

**UJI SIFAT FISIS DAN MEKANIK PAPAN KOMPOSIT DENGAN
KOMPOSISI AMPAS TAHU DAN JERAMI PADI DENGAN
PEREKAT PLASTIK *POLYETHYLENE TEREPHLENE* (PET)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S.Si)
Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

AHMAD HIDAYAT

NIM. 60400112072

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah swt karena atas segala limpahan rahmat dan karunia serta inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ***“Uji Sifat Fisis Dan Mekanik Papan Komposit Dengan Komposisi Ampas Tahu Dan Jerami Padi Dengan Perekat Plastik Polyethylene Terephalate (PET) ”*** dengan baik sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fisika. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw membawa kita dari zaman kebodohan untuk mencapai titik pencerahan dalam kehidupan umat manusia serta sosok yang menjadi tauladan yang sempurna yang berorientasi kepada kemuliaan hidup dan keselamatan jiwa di akhirat kelak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan prosedur. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari sisi sistematika maupun dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan penulisannya.

Penulisan skripsi ini tidaklah dapat terselesaikan jika tidak adanya dorongan dari semua pihak yang telah membantu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima

kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang digerakkan hatinya oleh Allah swt untuk membantu hingga pada penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih serta dedikasi yang teristimewa dan tak terhingga kepada Ayahanda **Abd Wahid S.Sos** dan Ibunda **Hj. Sitti Faridah S.St.**, yang senantiasa mendo'akan, memberikan restu, membimbing, mengarahkan, mendidik dan memberikan semangat serta motivasi yang sangat besar sehingga penulis menjadi sosok seperti yang sekarang ini.

Penulis juga menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu banyak pihak-pihak lain yang membantu dengan ketulusan dan keikhlasan hati memberikan andil yang positif. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si.**, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 dan sebagai penguji III terimakasih bimbingan, saran serta nasehat yang diberikan..
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.**, selaku sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan sebagai penguji I terimakasih bimbingan, saran serta nasehat yang diberikan.

5. Bapak **Muh. Said. L, S.Si, M.Pd.**, dan Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.**, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan senantiasa memberi dukungan dan menyumbangkan pikiran yang sangat luar biasa selama penyusunan tugas akhir penulis.
6. Ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.**, selaku penguji II terimakasih bimbingan, saran serta nasehat yang diberikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah tulus sepenuh hati memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak **Muktar, ST, Munim, ST** dan kakak **Nurhaisah, S.Si** yang telah meminjamkan alat-alat yang penulis butuhkan.
9. Bapak **Amri** dan kakak **Heru** selaku laboran di Laboratorium Teknologi Kehutanan UNHAS yang telah banyak membantu penulis selama pembuatan dan pengujian mekanik pada penelitian penulis.
10. Teman terdekatku keto **Amir Rahman, Hermansyah, Fadli Mahawira, Suwardi, Ahdiatul Muqqaddas** yang selalu setia meluangkan waktunya dan memberikan dorongan selama penyusunan tugas akhir penulis.
11. Teman seperjuangan **Sri Nur Rahmani Desi, Muldatul Nia, Susilas Tuti** yang selalu setia meluangkan waktunya untuk membantu menyiapkan bahan-bahan penelitian yang penulis butuhkan.
12. Sahabat-sahabatku **Nur Riswal Hidayat, Muh Ikhsan Insana, Igo, Muh. Fadli Yunus, Nur Arsy Ikhsan Zainal, Andri Azhari Arfan, Muh. Ilham Azhar,**

Irfan Rifaldi Ilyas, dan Afna Mardatillah yang selalu setia meluangkan waktunya dan memberikan dorongan selama penyusunan tugas akhir penulis.

13. Kepada teman-teman penulis **Angkatan 2012** yang telah banyak memberikan warna dalam hamparan permadani kehidupan penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan kepada kakak-kakak angkatan 2009, 2010, 2011, serta adik-adik angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang telah memberikan partisipasi selama masa studi penulis.
14. Kepada kakak penulis **Fatahillah Wahid S.Si., M.Si** dan Adik **Muh. Farid Nur Wahid** serta Keluarga Besar termasuk Sahabat-Sahabat Terbaik penulis yang memberikan banyak do'a dan dorongan yang positif selama masa studi.
15. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuannya.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dari semua pihak dan mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Semoga Allah swt selalu meridhoi niat baik hamba-Nya. Amin.

Samata, 17 November 2016

Penulis,

Ahmad Hidayat

Nim. 60400112072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii-vi
DAFTAR ISI.....	vii-xi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR SIMBOL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-5
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian	4
I.4 Manfaat Penelitian	4
I.5 Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN TEORETIS	6-15
II.1 Komposit	6
II.2 Ampas Tahu.....	7
II.3 Jerami Padi	10
II.4 Plastik	11
II.5 Pengujian Sifat Fisis Papan Partikel	13
II.6 Pengujian Sifat Mekanik Papan Partikel.....	14
II.7 Standar pengujian sifat-sifat papan partikel.....	15

BAB III	METODE PENELITIAN	16-23
	III.1 Waktu dan Tempat Penelitian	16
	III.2 Alat dan Bahan.....	16
	III.3 Prosedur Kerja.....	17
	III.4 Teknik Analisis Data.....	22
	III.5 Bagan Alir Penelitian	23
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	24-33
	IV.1 Hasil Penelitian	25
	IV.2 Pembahasan	30
BAB V	PENUTUP.....	34
	V.1 Kesimpulan	34
	V.2 Saran.....	34
	DAFTAR PUSTAKA	35-37
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	38
	LAMPIRAN.....	L1-L28

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Papan komposit.....	6
Gambar II.2 Limbah ampas tahu.....	7
Gambar II.3 Jerami padi.....	10
Gambar II.4 Plastik <i>Polyethylene terephalate</i> (PET)	12
Gambar IV.1 Grafik uji kerapatan	25
Gambar IV.2 Grafik uji kadar air.....	27
Gambar IV.3 Grafik uji pengembangan tebal	29
Gambar IV.4 Grafik uji modulus elastisitas MOE.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Titik leleh proses termoplastik	12
Tabel II.2 Spesifikasi sifat material menurut standar SNI 03-2105-2006	15
Tabel III.1 Uji kerapatan papan komposit.....	19
Tabel III.2 Uji kadar air papan komposit.....	20
Tabel III.3 Uji pengembangan tebal papan komposit.....	21
Tabel III.4 Uji MOE papan komposit	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data mentah hasil penelitian.....	L1
Lampiran II. Analisis data penelitian.....	L4
Lampiran III. Alat dan bahan penelitian.....	L11
Lampiran IV. Proses pembuatan dan pengujian sampel.....	L18

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Uraian Simbol	Satuan
ρ	Kerapatan papan komposit	(gr/cm ³)
m	Massa papan komposit	(gr)
V	Volume papan partikel	(cm ³)
KA	Kadar air papan komposit	(%)
m_a	Massa awal papan komposit	(gr)
m_k	Massa kering mutlak papan komposit	(gr)
PT	Besar pengembangan tebal papan komposit (%)	
T_1	Tebal papan komposit sebelum direndam	(cm)
T_2	Tebal papan komposit setelah direndam	(cm)
MOE	<i>Modulus of elasticity</i> (modulus elastisitas)	(kgf/cm ²)
ΔP	beban	(kgf)
L	Jarak sangga	(cm)
ΔY	Lenturan beban	(cm)
b	Lebar contoh uji	(cm)
h	Tebal contoh uji	(cm)

ABSTRAK

Nama : AHMAD HIDAYAT
NIM : 60400112027
Judul Skripsi : **UJI SIFAT FISIS DAN MEKANIK PAPAN KOMPOSIT DENGAN KOMPOSISI AMPAS TAHU DAN JERAMI PADI DENGAN PEREKAT PLASTIK *POLYETHLENE TEREPHLENE* (PET)**

Telah dilakukan penelitian papan yang bertujuan mengetahui kualitas material pada papan komposit dengan komposisi ampas tahu dan jerami padi dengan menggunakan perekat plastik *Polyethlene terephalate* (PET). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah uji kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, dan modulus elastisitas MOE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat fisis kerapatan papan komposit diperoleh $(0,840-0,869)\frac{gr}{cm^3}$, uji kadar air diperoleh $(1,3-7,6)\%$, uji pengembangan tebal diperoleh $(0,59-1,03)\%$. Ketiganya memenuhi SNI 03-2105-2006, sedangkan sifat mekanik dengan uji modulus elastisitas MOE diperoleh $(2,89-7,31)\frac{kgf}{cm^2}$ memenuhi SNI 03-2105-2006.

Kata Kunci: Papan komposit, sifat fisis dan mekanik

ABSTRACT

Name : AHMAD HIDAYAT
NIM : 60400112027
Thesis Title : **PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES TEST
COMPOSITE BOARD WITH THE COMPOSITION
AMPAS KNOW AND RICE STRAW WITH PLASTIC
POLYETHYLENE TEREPHLENE (PET) ADHESIVE**

Has conducted research that aims to know the quality of board material in composite board with a composition of tofu and rice straw by using a plastic *Polyethylene terephthalate* (PET) adhesive. The method used in the research is to test the density, moisture content, thickness swelling, and modulus of elasticity MOE. These results indicate that the physical properties of the obtained composite board density (0.840 to 0.869) $\frac{gr}{cm^3}$, test the water content is obtained (1.3 to 7.6)%, thickness swelling test was obtained (0.59 to 1, 03)%. All three meet the SNI 03-2105-2006, while the mechanical properties by testing the modulus of elasticity MOE obtained (2.89 to 7.31) $\frac{kgf}{cm^2}$ meet SNI 03-2105-2006.

Keywords: composite board, physical and mechanical properties

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)

Terjemah-Nya:

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Qs.Ali-Imran:191-3)

(Departemen Agama RI, 2009:191-3)

Di dalam QS. Ali-'Imran: 191-3 menjelaskan bahwa semua yang diciptakan oleh Allah swt., yang ada dilangit dan di bumi semuanya bermanfaat untuk digunakan dan tidak ada yang sia-sia. Banyaknya limbah yang ada di lingkungan kita yang tidak terpakai itu bisa di manfaatkan sebagai kebutuhan manusia.

Saat ini kebutuhan bahan papan terus mengalami peningkatan. Biasanya bahan papan ini merupakan bahan yang diperoleh dari kayu yang berasal dari hutan. Meningkatnya pemakaian kebutuhan papan ini dapat memberikan pengaruh yang kurang baik yaitu hasil hutan terutama bahan kayu lama kelamaan akan semakin berkurang. Ketergantungan akan bahan kayu harus segera ditanggulangi agar tidak mengurangi hasil hutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggantikan kayu dengan

material lain untuk memenuhi kebutuhan kayu pada bidang perumahan. Material lain yang digunakan ini tentunya harus mempunyai kualitas yang lebih unggul atau tidak kalah dengan produk kayu hutan tersebut (Trisna, dkk, 2012: 53).

Peningkatan kebutuhan kayu dapat pula dilihat pada pembuatan lemari, meja dan kursi namun disisi lain terdapat banyak pabrik pembuat tahu yang menghasilkan limbah berupa ampas tahu yang apabila tidak dimanfaatkan akan merusak lingkungan sama halnya dengan produksi plastik yang semakin hari semakin meningkat. Penggunaan plastik sering dijumpai pada kemasan makanan dan minuman instan. Semakin banyak produksi plastik tentu limbah yang dihasilkan semakin banyak pula, peningkatan limbah plastik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena susahnya terurai dalam tanah. Disisi lain terdapat jerami padi merupakan limbah pertanian apabila tidak dimanfaatkan dapat pula mencemari lingkungan.

Berdasarkan potensi secara kuantitas serta upaya memberikan nilai lebih pada material jerami, maka perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkannya. Pengolahan jerami menjadi suatu produk (UKM) adalah salah satu alternatif dalam memberikan nilai lebih terhadap material tersebut, yang dapat memberikan dampak langsung ekonomi terhadap masyarakat di daerah pedesaan (Pandu Purwandaru, 2013: 84).

Menurut Raharjo (2004: 57) ampas tahu merupakan residu hasil perasan kedelai. Umumnya, kandungan protein pada limbah tahu masih tinggi. Sampai saat ini, ampas tahu hanya digunakan sebagai pakan ternak

padahal kandungan protein yang tinggi memungkinkan ampas tahu diolah menjadi tepung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pangan.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Lastri Anita Gultom dkk (2013), menunjukkan bahwa papan partikel dengan komposisi penggunaan jerami padi memiliki kerapatan yang rendah dan sedang yaitu antara 0,44-0,53 $\frac{gr}{cm^3}$. Faktor komposisi bahan berpengaruh pada semua sifat fisik dan mekanik yang diujikan kecuali pada kadar air dan keteguhan rekat internal sedangkan kadar perekat hanya tidak berpengaruh pada kadar air dan kerapatan dan hubungan antara komposisi bahan dan kadar perekat tidak berpengaruh pada pengembangan tebal pada sifat fisik mekanika papan partikel jerami padi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahan dasar dan perekatnya dimana penelitian yang telah dilakukan menggunakan bahan dasar dari ampas tahu dan jerami padi dengan menggunakan perekat plastik *Polyethylene terephalate* (PET). Ampas tahu digunakan dalam penelitian ini karena merupakan hasil limbah dari pembuatan tahu, banyaknya limbah ampas tahu yang tidak dimanfaatkan oleh pabrik tahu di kec. Pallangga kab. Gowa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu tercemarnya air dilingkungan sekitar pabrik. Hasil proses panen padi menghasilkan limbah jerami padi, masyarakat kec. Pallangga kab. Gowa belum memanfaatkan secara maksimal limbah jerami padi hanya sebatas makanan ternak, penelitian akan menghasilkan limbah jerami padi yang bernilai ekonomis dan akan lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Di lingkungan sekitar terdapat pula banyak limbah-limbah yang berasal dari kemasan-kemasan produk makanan dan minuman instan seperti botol plastik, gelas plastik, plastik pembungkus makanan yang apabila dibiarkan begitu saja dapat merusak lingkungan karena susahhnya terurai dengan mikroorganisme dalam tanah.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian pemanfaatan limbah dari ampas tahu dan plastik sebagai bahan dasar pembuatan papan komposit sebagai alternatif pengganti kayu dengan judul penelitian ini adalah *“Uji Sifat Fisis Dan Mekanik Papan Komposit Dengan komposisi Ampas Tahu Dan Jerami Padi Dengan Perekat Plastik Polyethylene Terephalate (PET).”*

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas material pada papan komposit dengan komposisi ampas tahu dan jerami padi dengan menggunakan perekat plastik *Polyethylene terephalate (PET)* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan percobaan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas material pada papan komposit dengan komposisi ampas tahu dan jerami padi dengan menggunakan perekat plastik *Polyethylene terephalate (PET)*.

I.4 Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup dari pembahasan yang dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini terbatas pada pengujian sifat fisis dan sifat mekanik papan komposit meliputi uji kerapatan, kadar air, pengembangan tebal dan keteguhan lenturan.
2. Bahan yang digunakan adalah ampas tahu, jerami padi dan plastik *Polyethylene terephalate* (PET) sebagai perekat.
3. Pembuatan papan komposit menggunakan komposisi bahan ampas tahu, jerami padi dan plastik *Polyethylene terephalate* (PET) sebesar 30 : 40 : 30, 30 : 30 : 40, 30 : 20 : 50, 30 : 10 : 60, 40 : 30 : 30, 30 : 30 : 40, 20 : 30 : 50, 10 : 30 : 60.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh masyarakat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara pembuatan papan komposit dengan menggunakan ampas tahu, jerami padi dan plastik *Polyethylene terephalate* (PET) sebagai alternatif pengganti papan, dengan menggunakan limbah dalam pembuatan papan komposit masyarakat sudah dapat menjaga lingkungan sekitar dari limbah yang tidak digunakan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

II.1. Komposit

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)

Terjemah-Nya:

Dia-lah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi untuk kamu kemudian dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah:29-1)

(Departemen Agama RI, 2009:29-1)

Di dalam QS. Al-Baqarah 29-1 menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan semua yang terdapat di muka bumi ini beserta isinya. Apapun yang diciptakan oleh Allah swt., mempunyai manfaat untuk dinikmati, dan dijadikan pelajaran untuk seluruh makhluknya.

Komposit tipe *woven* adalah komposit yang tidak mudah dipengaruhi pemisahan antar lapisan karena susunan seratnya juga mengikat antar lapisan, tetapi susunan serat memanjangnya yang tidak begitu lurus mengakibatkan kekuatan tidak sebaik tipe *continuous fiber* (Gibson, F. R, 1994: 7)



Gambar II.1 : Papan Komposit

(sumber : <http://rodamemn.wordpress.com/tag/indonesia/>)

Dalam komposit terdapat dua atau lebih fase yang dipisahkan oleh lapisan pembatas lapisan ini penting untuk membedakan material penyusunnya. Material penyusun yang mempunyai sifat kontinu dan sering memiliki jumlah yang lebih besar pada komposit disebut matriks. Sifat-sifat matriks inilah yang biasanya meningkat ketika digabungkan dengan material penyusun lain untuk membentuk komposit. Sebuah komposit bisa memiliki matriks dalam bentuk keramik, logam, maupun polimer, sedangkan material penyusun lainnya adalah material penguat (*reinforcement*) yang bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat mekanik dari matriks tersebut (Matthews, F.L 1999: 4) .

II.2. Ampas tahu

Ampas tahu merupakan limbah yang dihasilkan oleh industri pengolahan kedelai menjadi tahu. Ampas tahu mempunyai kadar gizi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Pulungan dan Rangkuti, 1984: 4-5).

Ampas tahu mempunyai kadar protein yang baik dari segi kualitasnya untuk campuran dalam konsentrasi yang diberikan kepada ternak. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam ampas tahu bervariasi, hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan varietas dari kedelai yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tahu, peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu maupun proses yang dilakukan (Masturi et al, 1992: 5).



Gambar II.2 : Limbah Ampas Tahu

(Sumber : <http://tasty-indonesian-food.com/indopedia/how-to-make-tempe-menjes/>)

Menurut Mudjiman (1987: 28) ampas tahu merupakan limbah industri rumah tangga yang potensial menjadi bahan pencemar lingkungan, tetapi mempunyai nilai gizi yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein nabati dalam pakan ikan. Ampas tahu mempunyai nilai kandungan gizi sebagai berikut: *protein 23,5 %*, *lemak 5,54 %*, *karbohidrat 26,92 %*, *serat kasar 16,53 %*, *abu 17,03 %*, *air 10,43*.

Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan di bumi sebagaimana telah dijelaskan dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2009:41):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemah-Nya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).(QS.Ar-Rum:41).

Dalam tafsirnya menjelaskan dalam potongan ayat *ظهر* "zhahara" pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang sehingga diketahui dengan jelas. Lawannya adalah *بطن* "bathana" yang berarti terjadinya sesuatu di perut bumi, sehingga tidak nampak. Kata zhahara pada ayat di atas diartikan dalam arti banyak

dan tersebar. Kata الفساد *"al-fasad"* menurut Al-Ashfani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa maupun hal-hal lain. Selain itu kata tersebut diartikan sebagai antonym dari الصلاة *"ash-shalah"* yang berarti manfaat atau berguna. Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan fasad tersebut dengan kata darat dan laut. ظهر البر في الفساد (telah nampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan – البحر و (dan laut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering. الناس ايدي كسبت بما (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat – ليذيقهم (supaya Allah swt., merasakan kepada mereka) sebagai hukumannya - يرجعون لعلمهم (agar mereka kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat.

Manusia diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan berbuat baik dan dilarang berbuat kerusakan dimuka bumi. Salah satunya menghindari pencemaran lingkungan dalam bentuk apapun, karena Allah swt., tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Namun disisi lain pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan memanfaatkan limbah-limbah menjadi sesuatu yang lebih berguna. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang diciptakan Allah swt., dengan sia-sia, dengan menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk memikirkan dan melihat penciptaan Allah swt., di langit dan di bumi seperti halnya limbah yang sebelumnya mencemari lingkungan dapat dimanfaatkan dengan mendaur limbah-limbah tersebut menjadi sesuatu

yang berguna dalam hal ini memanfaatkan limbah-limbah sebagai bahan dasar pembuatan papan komposit.

II.3. Jerami Padi

Jerami padi dan alang-alang merupakan limbah pertanian yang mengandung polisakarida dalam bentuk *selulosa*, *hemiselulosa*, *pektin* dan *lignin* (Howard dkk, 2003: 56).

Menurut Puwaningsih et al. (2012:1) komposisi jerami padi terdiri *hemiselulosa* 33,8 %, *lignin* 12,3 %, *bahan ekstraktif* 3,8 %, *abu* 13,3 %, *silika* 70,8 %, *kandungan air* 9,02 %, *serat kasar* 35,68 %, *protein kasar* 3,03 %, *karbohidrat dasar* 33,71 %, *lemak* 1,18%, *abu* 17,17%, *oksigen* 33,64% *karbon* 1,33 %, *hydrogen* 1,54 %, *silica* :16,98 %, *nitrogen* 24,70 %, *selulosa* 34,34 %, dan *pentose* 16,94 %.



Gambar II.3: Jerami padi

(Sumber : <http://biotoindonesia.com/artikel-ilmiah/artikel-biotogold/260-teknologi-biotogold-jerami-probiotik>)

Menurut Soekoharto (1990: 5), menyatakan bahwa jerami padi adalah bagian tanaman padi yang sudah diambil, di dalamnya termasuk batang, daun dan merang. Produksi jerami padi yang dihasilkan sekitar 50 % dari produksi gabah kering panen.

Menurut Tillman dkk (1991: 5) jerami termasuk makanan kasar yaitu bahan makanan yang berasal dari limbah pertanian /tanaman yang sudah dipanen. Bila ditinjau dari kandungan nutrisinya, jerami memiliki kandungan protein dan daya cerna yang rendah, namun di dalamnya memiliki sekitar 80 % zat-zat potensial yang dapat dicerna sebagai sumber energi bagi ternak (Komar, 1984: 5).

II.4. Limbah Plastik

Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "*monomer*". Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semisintetik, namun ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi (Azizah, 2009: 224).

Menurut Halliwell dan Lambert (2004: 98) plastik digolongkan menjadi dua jenis yaitu *thermoplastic* dan *thermosetting*. Ketiga jenis ini memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda beda. *Thermoplastic* merupakan jenis plastik yang umumnya digunakan untuk material packaging dengan type *Low density polyethylene* (LDPE), *Polypropylene* (PP) dan *High density polyethylene* (HDPE). Karakteristik dari *thermoplastic* dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain, ringan, hemat energi serta murah. Sedangkan jenis *thermoset* bila telah mengeras tidak dapat dilunakkan kembali. Plastik yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk *thermoplastic*.



Gambar II.4: Plastik Jenis *Polyethylene Terephalate* (PET)

(Sumber : <https://pranaindonesia.wordpress.com/pemanasan-global/bahaya-plastik-pete/>)

Menurut Syafitrie (2001: 100), limbah plastik dapat di daur ulang kembali menjadi barang plastik, tetapi hanya 80 % jenis plastik yang dapat diproses dengan melakukan teknik pencampuran dengan bahan baku baru dan additive untuk meningkatkan kualitasnya.

Menurut Mujiarto (2005: 66), temperatur leleh pada setiap jenis termoplastik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1 Titik leleh proses termoplastik

No	Material	Titik Leleh ° C
1	ABS	180 – 240
2	Acetal	185 – 225
3	Acrylic	180 – 250
4	Nylon	260 – 290
5	Poly Carbonat	280 – 310
6	LDPE	160 – 240
7	HDPE	200 – 280
8	PP	200 – 300
9	PS	180 – 260
10	PET	100 – 180
11	PVC	160 – 180

Sumber: (Mujiarto,2005: 66)

II.5. PENGUJIAN SIFAT FISIS PAPAN PARTIKEL

II.5.1. Uji kerapatan

Kerapatan merupakan salah satu sifat fisis dari papan komposit yang didefinisikan sebagai massa per satuan volume material, bertambah secara teratur dengan meningkatnya nomor atomik pada setiap sub kelompok. Kerapatan dapat ditentukan dengan metode “pencelupan” biasa, tetapi untuk keperluan pembelajaran diperkenalkan penggunaan metode sinar-X. Kerapatan bergantung pada massa atom, ukuran serta cara penumpukannya (Smallman, 2000: 182).

Besarnya kerapatan papan komposit dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad 2.1$$

Keterangan

ρ : kerapatan papan komposit (gr/cm³)

m : massa papan komposit (gr)

V : volume papan partikel (panjang (p) × lebar (l) × tebal (t)) (cm³)

(Andriyansyah, M.S, 2014 : 24)

II.5.1 Kadar air (*moisture content*)

Kadar air merupakan sifat papan komposit yang mencerminkan sifat kandungan air papan komposit dalam keadaan kesetimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Besarnya kadar air dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$KA = \frac{m_a - m_k}{m_k} 100\% \quad 2.2$$

Keterangan

KA : kadar air papan komposit (%)

m_a : massa awal papan komposit (gr)

m_k : massa kering mutlak papan komposit (gr)

(Andriyansyah, M.S, 2014: 25)

II.5.2 Pengembangan tebal (*thickness swelling*)

Pengembangan tebal merupakan besaran yang menyatakan pertambahan tebal sampel uji. Untuk mengetahui pengembangan tebal dari papan komposit, terlebih dahulu sampel direndam dalam air selama 24 jam. Penentuan nilai pengembangan tebal dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$PT = \frac{T_2 - T_1}{T_1} 100 \% \quad 2.3$$

Keterangan

PT : besar pengembangan tebal papan komposit (%)

T_1 : tebal papan komposit sebelum direndam (cm)

T_2 : tebal papan komposit setelah direndam (cm)

(Andriyansyah, M.S, 2014: 25)

II.6. Pengujian Sifat Mekanik Papan Partikel

II.6.1 Modulus elastisitas (*Modulus of Elasticity MOE*)

MOE adalah nilai yang menunjukkan sifat kekakuan yang mana merupakan ukuran dari kemampuan balok maupun tiang dalam menahan perubahan bentuk ataupun lenturan yang terjadi akibat adanya pembebasan pada batas proporsi (Maloney, 1993)

Modulus elastisitas papan komposit dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybh^3} \quad 2.4$$

Keterangan

MOE : modulus elastisitas ($\frac{kgf}{cm^2}$)

ΔP : beban (kgf)

L : panjang bentangan contoh uji (cm)

ΔY : perubahan defleksi setiap perubahan beban (cm)

b : lebar contoh uji (cm)

h : tebal contoh uji (cm)

(Boni P. Lapanporo dkk, 2014: 61)

Tabel II.2 Spesifikasi sifat-sifat fisis material menurut standar SNI 03-2105-2006

NO	Sifat Fisis	Nilai standar
1	Kerapatan (gr/cm^3)	0,4 – 0,9
2	Kadar air (%)	14 maks
3	Pengembangan tebal (%)	12 maks atau 25 maks*
4	Modulus elastisitas (MOE) (kg/cm^2)	2,55 min
5	Modulus patah (MOR) (gr/cm^2)	133 min

*Bila papan tebalnya $\leq 12,7$ mm, maksimum 25 % dan bila tebalnya $> 12,7$ mm, maksimum 12

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Waktu : Februari – Oktober 2016

Tempat : Laboratorium Fisika Fakultas Sains dan Teknologi,
 UN Alauddin Makassar dan Laboratorium Fakultas Kehutanan
 UNHAS.

III.2 Alat dan Bahan

III.2.1 Alat

Alat yang digunakan untuk membuat papan komposit pada penelitian ini adalah :

- a) Neraca digital.
- b) Pencetak papan partikel yang terbuat dari seng ukuran panjang 25 cm lebar 25 cm dan tinggi 1 cm.
- c) Mesin ayakan 10 mesh dan 22 mesh untuk mengayak sampel uji.
- d) Kompor.
- e) Wajan.
- f) Blender.
- g) Oven listrik.
- h) Alat kempa panas (*Hotpress*).

- i) Wadah sebagai tempat pencampuran bahan.
- j) *Table saw* sebagai alat untuk memotong sampel uji.
- k) Mikrometer sekrup 0,1 mm – 0,01 mm.
- l) Mistar 0,1 cm.
- m) Mesin uji universal (*Universal Testing Machine (UTM)*).
- n) Jangka sorong digital 0,01 mm.

Sedangkan alat yang digunakan untuk menguji sifat fisis dan sifat mekanik papan komposit adalah satu set alat uji papan komposit (uji kerapatan, kadar air pengembangan tebal dan keteguhan lentur kering)

III.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah

- a) Plastik *Polyethylene terephthalate (PET)* sebanyak 1949,04 gr dengan ukuran mesh 22 agar mudah menyatu dengan sampel yang lain.
- b) Ampas tahu sebanyak 1191.08 gr
- c) Jerami padi sebanyak 1191.08 gr dengan ukuran mesh 22 agar mudah menyatu dengan sampel yang lain.

III.3 Prosedur Kerja

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

III.3.1 Prosedur pembuatan papan komposit

Prosedur pada penelitian ini adalah:

1. Menyiapkan semua bahan baku (limbah ampas tahu, jerami padi dan limbah plastik).

2. Menghaluskan jerami padi dengan mesin penggiling hingga ukurannya mencapai 22 mesh agar mudah merekat ke sampel yang lain.
3. Mengeringkan ampas tahu sampai kadar airnya berada dibawah 10 % agar bakteri pada ampas tahu tidak mudah berkembang dan melalui proses penggorengan selama \pm 3 jam dan pengeringan selama 2 hari.
4. Menghaluskan ampas tahu yang sudah kering dengan menggunakan blender.
5. Menghaluskan plastik *Polyethylene terephalate* (PET) dengan mesin penggiling hingga ukurannya mencapai 22 mesh agar mudah merekat ke sampel yang lain.
6. Mencampur semua bahan yang telah dihaluskan dan mengaduk secara merata agar mudah tercetak pada saat mencetak papan partikel.
7. Memasukkan semua bahan sesuai komposisinya kedalam mesin pencetak komposit.
8. Setelah semua bahan masuk kedalam mesin pencetak maka papan komposit dikempa pada suhu 190 °C selama 30 menit agar perekatnya menyatu dengan sampel yang lain.
9. Mendinginkan papan komposit yang sudah dikempa selama 14 hari dan mengulangi langkah-langkah di atas dengan komposisi 30 : 40 : 30, 30 : 30 : 40, 30 : 20 : 50, 30 : 10 : 60, 40 : 30 : 30, 30 : 30 : 40, 20 : 30 : 50, 10 : 30 : 60.

III.3.2 Prosedur pengujian papan komposit

III.3.3.2.1 Uji kerapatan

Prosedur pengujian kerapatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Menyiapkan semua sampel papan komposit yang telah dikempa.
2. Memotong sampel papan komposit dengan menggunakan *table saw* sesuai ukuran yang ditentukan.
3. Menimbang papan komposit dengan neraca digital dan mencatat hasilnya pada tabel pengamatan sebagai berikut:

Tabel III.1: Uji kerapatan

Sampel	Komposisi (%)			Massa (gr)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)
	Jerami Padi	Ampas Tahu	Perekat Plastik (PET)				
A	30	40	30
B	30	30	40
C	30	20	50
D	30	10	60
E	40	30	30
F	30	30	40
G	20	30	50
H	10	30	60

4. Menghitung nilai kerapatan papan komposit dengan menggunakan persamaan 2.1.

III.3.3.2.2 Uji kadar air

Prosedur pengujian kadar air yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Menyiapkan sampel dan alat uji kadar air.
2. Menimbang sampel dengan menggunakan neraca digital sebelum di oven untuk mengetahui massa awal (m_a) pada sampel A 78 gr.
3. Mengeringkan sampel papan komposit dengan cara memasukkannya ke dalam oven selama 6 jam dengan suhu 110 °C agar mendapat berat yang *konstan*.

4. Menimbang papan komposit dengan neraca digital yang telah di oven massa kering (m_k) pada sampel A 75 gr.

Tabel III.2 : Uji kadar air

Sampel	Komposisi (%)			Massa Kering (gr)	Massa kering setelah di oven (gr)
	Jerami Padi	Ampas Tahu	Perekat Plastik (PET)		
A	30	40	30
B	30	30	40
C	30	20	50
D	30	10	60
E	40	30	30
F	30	30	40
G	20	30	50
H	10	30	60

5. Menghitung nilai kadar air papan komposit dengan menggunakan persamaan 2.2.

III.3.3.2.3 Uji pengembangan tebal

Prosedur pengujian pengembangan tebal yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Menyiapkan sampel dan alat uji pengembangan ketebalan.
2. Mengukur tebal sampel papan komposit dengan menggunakan mikrometer sekrup sebelum direndam tebal papan komposit sebelum direndam (t_1) sampel A 0,912.
3. Merendam papan komposit dalam air dingin selama 24 jam.
4. Setelah direndam, mengukur kembali tebal sampel papan komposit dengan menggunakan mikrometer sekrup tebal papan komposit setelah direndam (t_2)

sampel A 1,850, untuk memperoleh pertambahan ketebalan papan komposit sudah direndam, dan kemudian mencatat data-datanya.

Tabel III.3: Uji pengembangan tebal papan komposit

Sampel	Komposisi (%)			Tebal (cm)	
	Jerami Padi	Ampas Tahu	Perekat Plastik (PET)	Sebelum di rendam	Setelah direndam
A	30	40	30
B	30	30	40
C	30	20	50
D	30	10	60
E	40	30	30
F	30	30	40
G	20	30	50
H	10	30	60

5. Menghitung pengembangan ketebalan (PT) dengan menggunakan persamaan 2.3.

III.3.3.2.4 Uji keteguhan lenturan

Prosedur pengujian keteguhan lenturan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk uji keteguhan lenturan.
2. Mengukur lebar dan tebal bahan dengan menggunakan jangka sorong digital papan komposit.
3. Mengukur panjang bentangan papan komposit dengan menggunakan mesing uji universal (L).

Tabel III.4: Uji keteguhan lentur

Sampel	Komposisi (%)			Tinggi	Lebar	$\Delta P/\Delta Y$ (kg/cm)	P maks (kgf)	MoE $\frac{kgf}{cm^2}$
	Jerami Padi	Ampas Tahu	Perekat Plastik (PET)					
A	30	40	30
B	30	30	40
C	30	20	50
D	30	10	60
E	40	30	30
F	30	30	40
G	20	30	50
H	10	30	60


4. Menghitung keteguhan lenturan (MOE) dengan menggunakan persamaan 2.4.

III.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di lakukan pada penelitian ini adalah penentuan nilai kerapatan menggunakan persamaan 2.1, penentuan nilai kadar air menggunakan persamaan 2.2, penentuan nilai pengembangan tebal menggunakan persamaan 2.3, dan penentuan nilai keteguhan lenturan menggunakan persamaan 2.4.

III.5 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitian yang telah dilakukan adalah:

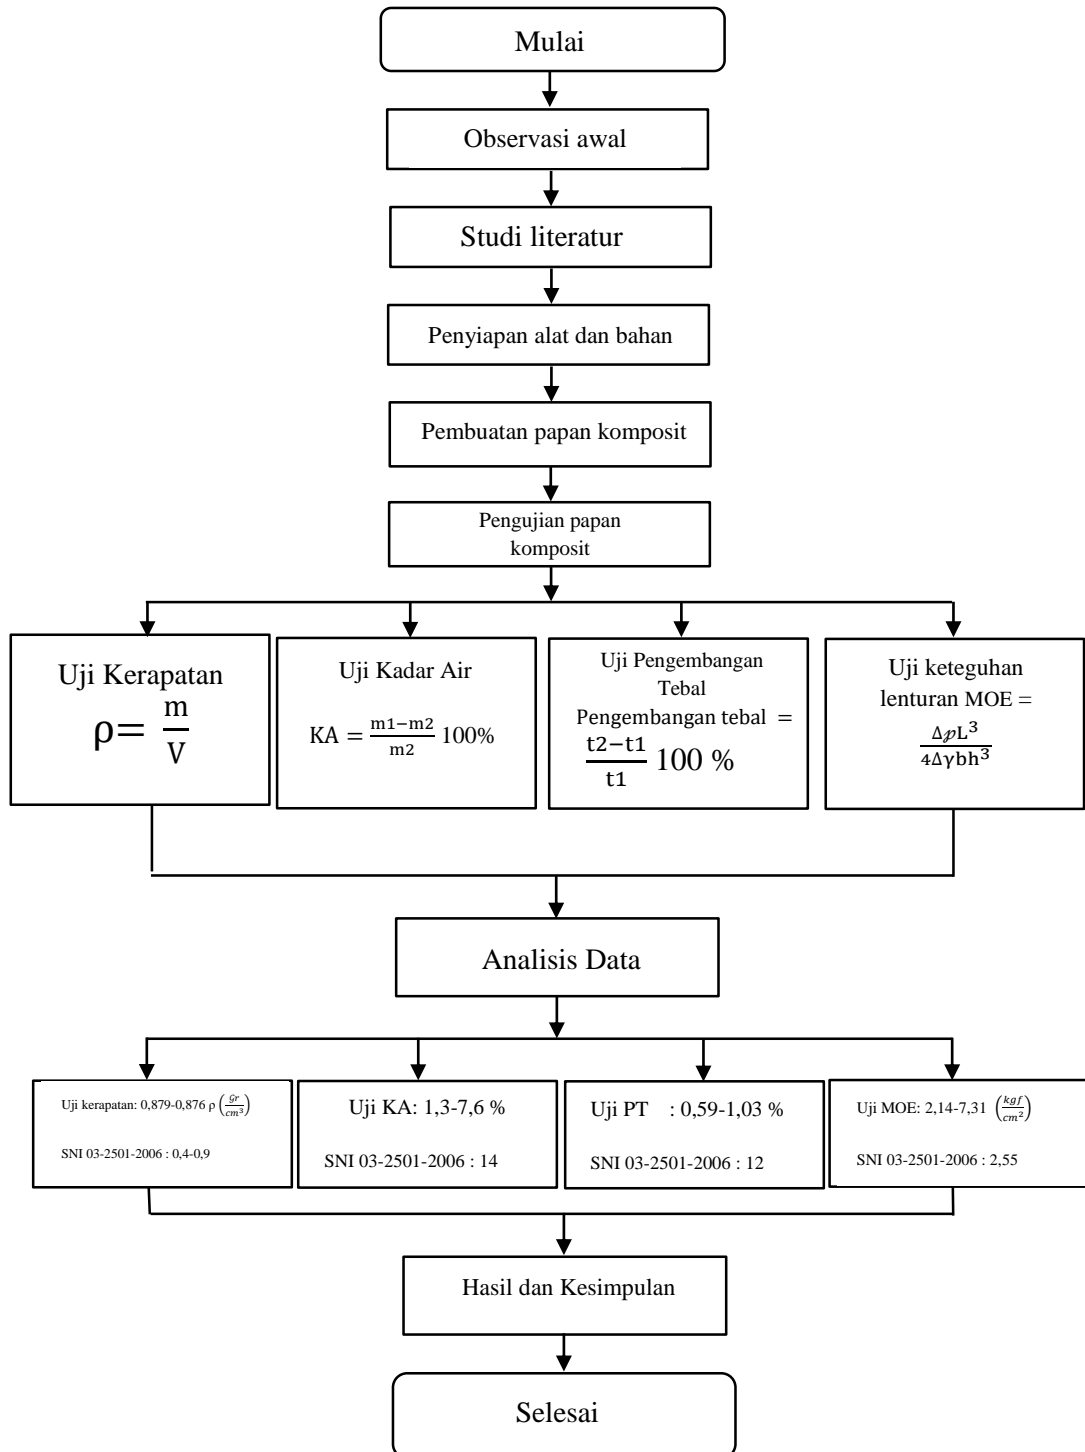

Gambar 3.1: Bagan alir penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum dibagi atas dua tahap yaitu pembuatan/pencetakan papan komposit dan proses pengujian/pengambilan data.

IV.1 Tahap pembuatan papan komposit

Pada tahap pembuatan papan komposit ada tiga jenis bahan yang digunakan yaitu jerami padi dan ampas tahu serta plastik *Polyethylene terephalate* (PET) yang berfungsi sebagai perekatnya. Jerami padi terlebih dahulu digiling bertujuan untuk menghaluskan sampel jerami padi agar bisa diayak setelah digiling jerami padi kemudian diayak dengan ukuran 22 mesh untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam. Sedangkan ampas tahu dilakukan penggorengan terlebih dahulu agar kadar air berkurang dan setelah mengoreng ampas tahu maka dijemur terlebih dahulu dalam waktu 2 hari sampai kadar airnya mencapai 10 % selanjutnya memblender ampas tahu agar memperoleh sampel yang lebih halus.

Bahan plastik *Polyethylene terephalate* (PET) yang berfungsi sebagai perekat terlebih dahulu dicacah kemudian diayak hingga plastik berukuran 22 mesh bertujuan agar plastik dapat merekat bahan jerami padi dan ampas tahu dengan baik. Pada penelitian ini pembuatan papan komposit menggunakan delapan variasi komposisi masing-masing bahan yaitu perbandingan jerami padi : ampas tahu : plastik *Polyethylene Terephalate* (PET) sebesar 30 : 40 : 30, 30 : 30 : 40, 30 : 20 : 50, 30 : 10 : 60, 40 : 30 : 30, 30 : 30 : 40, 20 : 30 : 50, dan 10 : 30 : 60.

Pembuatan papan komposit dengan variasi komposisi tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas dari masing-masing papan komposit.

IV.I Tahap pengujian papan komposit


Tahap pengujian pada penelitian ini meliputi pengujian kerapatan, kadar air, pengembangan tebal dan modulus elastisitas (MOE).

IV.2.1 Tahap pengujian kerapatan (*density*)

Pengujian kerapatan dilakukan dengan mengukur massa papan komposit dan mengukur panjang, lebar dan tinggi sehingga memperoleh nilai volume papan komposit kemudian menghitung besar nilai kerapatan menggunakan persamaan 2.1 sehingga diperoleh nilai kerapatan.

Kerapatan digunakan untuk mengetahui massa suatu bahan persatuan volume. Berdasarkan data hasil kerapatan pada papan komposit berkisaran 0,841 gr/cm³ sampai 1,211 gr/cm³. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa papan komposit dengan perbandingan (10 : 30 : 60) mempunyai nilai kerapatan tertinggi sedangkan papan komposit dengan perbandingan (30 : 40 : 30) mempunyai nilai kerapatan yang terendah seperti yang ditunjukkan pada grafik IV.1.

Grafik IV.1: Hasil pengujian kerapatan

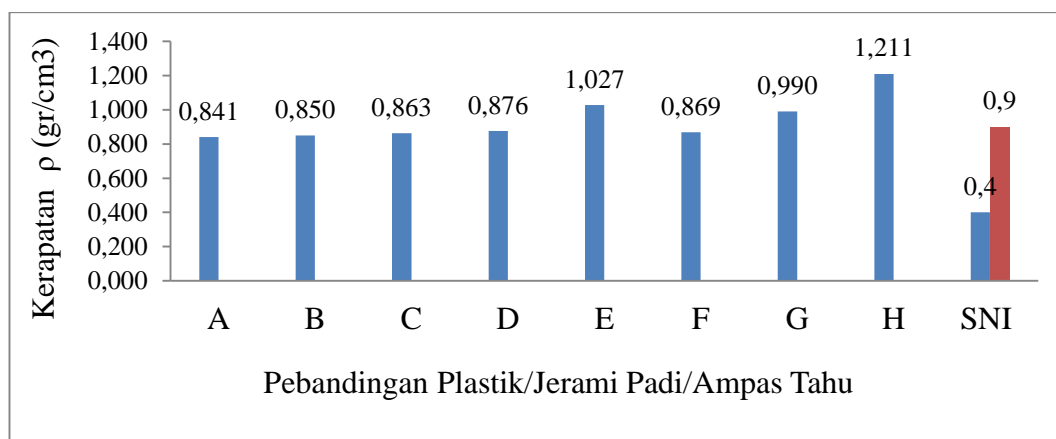


Secara keseluruhan nilai rata-rata kerapatan papan komposit tidak semuanya memenuhi target yang diinginkan. Dari ke-8 sampel ada 5 yang memenuhi standar dan ada 3 yang tidak memenuhi standar hal ini diduga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tidak meratanya penyebaran partikel plastik, jerami padi dan ampas tahu disemua bagian papan komposit sehingga terjadi variasi kerapatan disetiap bagian papan komposit yang dibuat. Begitupun dengan nilai kerapatan pada komposisi (10 : 30 : 60) mempunyai nilai yang terbesar hal tersebut diduga disebabkan karena pada saat pembuatan papan proses pencampuran sampel bahan diaduk secara manual yang dapat menyebabkan bahan-bahan pada pembuatan tidak *homogen* oleh karena itu terjadi peningkatan nilai kerapatan.

IV.2.2 Tahap pengujian kadar air (*moisture content*)

Pengujian kadar air (KA) dilakukan dengan mengukur massa kering papan komposit kemudian papan komposit dimasukkan dalam oven selama 6 jam pada suhu 110°C sehingga air yang terkandung dalam papan komposit mengalami penguapan dan mencapai massa *konstan* setelah mengeluarkan papan komposit dari oven kemudian mengukur kembali massa papan komposit dan menghitung nilai kadar air menggunakan persamaan 2.2 kadar air dapat didefinisikan sebagai banyaknya air yang terkandung didalam papan komposit. Berdasarkan data-data hasil pengujian besar kadar air papan komposit berkisar 1,3 sampai 7,6. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa kadar air papan komposit dengan perbandingan (10 : 30 : 60) mempunyai nilai kadar air tertinggi. Sedangkan papan komposit dengan perbandingan (40 : 30 : 30) mempunyai nilai kadar air terendah.

Grafik IV.2: Hasil pengujian kadar air

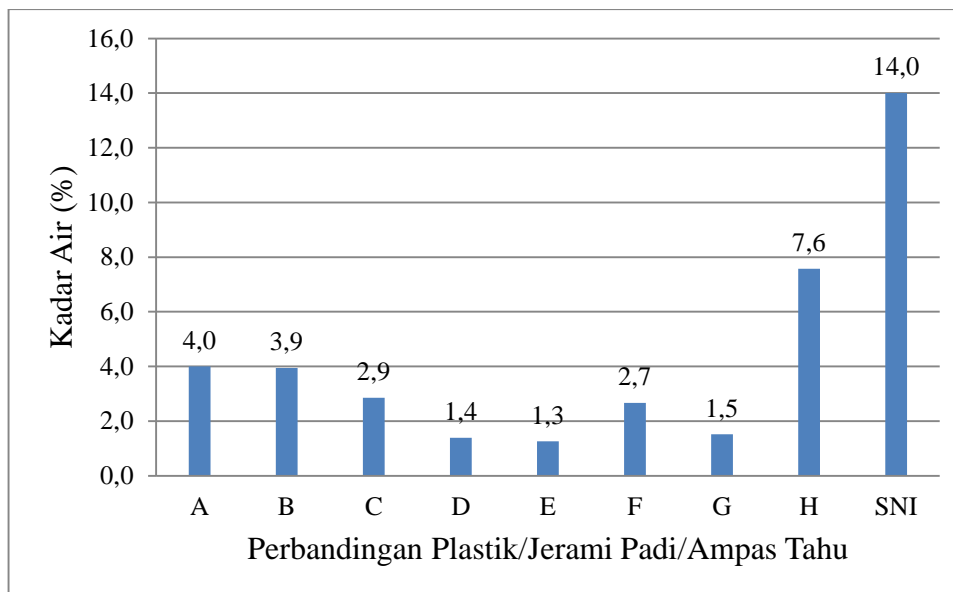

Berdasarkan hasil pengujian pada grafik IV.2 menunjukkan bahwa nilai hasil pengujian kadar air memenuhi standar SNI 03-2105-2006 dimana berdasarkan teori menunjukkan bahwa semakin besar penambahan plastik maka nilai kadar air semakin kecil hal ini disebabkan karena plastik yang bersifat *hydrophobic* yang menahan uap air untuk masuk ke dalam papan komposit. Berdasarkan hasil penelitian ini nilai kadar air telah memenuhi standar namun tidak semua data hasil pengujian yang memenuhi teori yaitu pada sampel H memiliki nilai kadar air yang terbesar hal tersebut diduga disebabkan karena pada saat pembuatan papan proses pencampuran sampel bahan diaduk secara manual dan nilai kadar air setiap sampel mempengaruhi tinggi rendahnya kadar air papan komposit.


IV.2.3 Tahap pengujian pengembangan tebal (*thickness swelling*)

Pengujian pengembangan tebal (PT) dilakukan dengan mengukur tebal papan komposit kemudian papan komposit direndam dalam air dingin selama 24

jam setelah itu kemudian mengeluarkan papan komposit dari rendaman air dan mengukur kembali tebal papan komposit dan menghitung nilai pengembangan tebal menggunakan persamaan 2.3.

Pengembangan tebal merupakan sifat dari papan komposit yang akan menentukan apakah suatu papan komposit dapat digunakan untuk keperluan interior atau eksterior. Apabila pengembangan tebal papan komposit tinggi maka stabilitas dimensi produk tersebut tidak dapat digunakan untuk penggunaan eksterior atau untuk jangka waktu yang lama karena sifat mekanik yang dikandungnya akan segera menurun drastis dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Berdasarkan data hasil pengujian pengembangan tebal papan komposit berkisar 0,59 % sampai 1,03 %. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan tebal papan komposit dengan perbandingan (30 : 40 : 30) mempunyai nilai pengembangan tebal tertinggi, sedangkan papan komposit dengan perbandingan (20 : 30 : 50) dan (40 : 30 : 30) mempunyai nilai pengembangan tebal terendah.

Grafik IV.3: Hasil pengujian pengembangan tebal

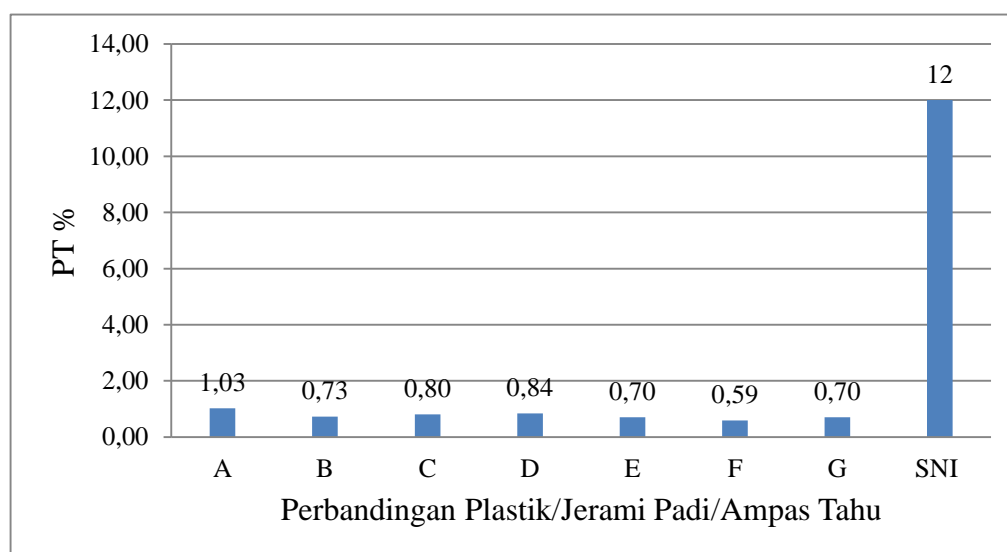


Berdasarkan hasil pengujian pada grafik IV.3 menunjukkan bahwa semakin besar jumlah plastik yang ditambahkan dalam pembuatan papan komposit maka kadar air papan komposit semakin kecil sama halnya dengan pengujian kadar air pada papan komposit. Nilai kadar air sangat mempengaruhi nilai pengembangan tebal jika nilai kadar air tinggi maka nilai pengembangan tebal akan rendah. Pada komposisi (10 : 30 : 60) mengalami kerusakan pada saat perendaman itu disebabkan karena perekat plastiknya kurang menyatu dengan sampel yang lain sehingga mengalami kerusakan.

IV.2.4 Tahap pengujian modulus elastisitas (MOE)

Pengujian Modulus elastisitas dilakukan dengan mengukur lebar dan tebal papan komposit kemudian membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (*universal testing machine*) dengan jarak sehingga 15 cm (L) dan memberikan beban di tengah-tengah jarak sangga dan pembebanan dilakukan sampai batas titik elastis papan komposit setelah diperoleh nilai selisih beban dan lenturan beban kemudian menghitung nilai MOE menggunakan persamaan 2.4 berdasarkan data hasil pengujian mekanik papan komposit yaitu uji kuat lentur (MOE) menunjukkan bahwa nilai MOE terendah terdapat pada papan komposit dengan perbandingan (30 : 40 : 30) sedangkan MOE tertinggi terdapat pada papan komposit dengan perbandingan (30 : 30 : 40).

Grafik IV.4: Hasil pengujian modulus elastisitas (MOE)

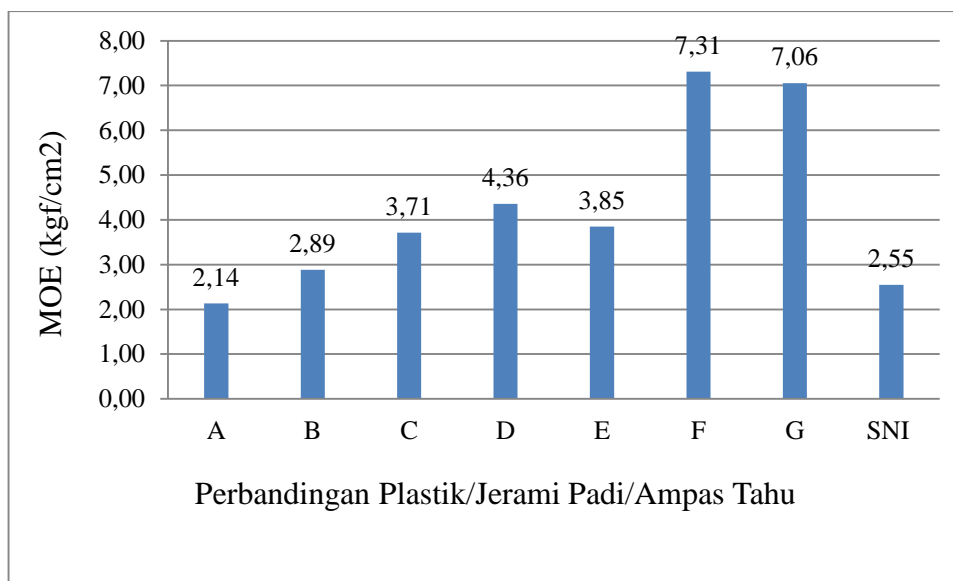

Berdasarkan hasil pengujian pada grafik IV.4 makin tinggi modulus elastitas MOE papan maka akan semakin kurang defleksi pada papan dengan ukuran tertentu pada beban tertentu dan semakin tahan terhadap perubahan bentuk. Dari 8 pengujian hanya 2 tidak yang memenuhi standar SNI 03-2105-2006 itu disebabkan sampel tidak *homogen* pengujian modulus elastisitas MOE sehingga banyak yang tidak memenuhi standar. Pada komposisi (30 : 40 : 30) memiliki nilai MOE yang tinggi itu disebabkan karena $\Delta P/\Delta Y$ yang tinggi sehingga nilai MOE pada komposisi (30 : 40 : 30) sangat tinggi. Pada komposisi (10 : 30 : 60) terjadi kesalahan pada saat pengujian MOE itu disebabkan karena perekat plastiknya kurang merekat dengan sampel yang lain itu yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada saat pengujian MOE.

Dari hasil ke-4 parameter uji sifat fisis dan mekanik hasil nilai secara umum sebagai berikut:

Tabel IV.1: Hasil uji kerapatan

No	Jenis pengujian	Jenis sampel	Standar SNI 03-2105-2006 $\rho \left(\frac{gr}{cm^3} \right)$	Hasil pengujian $\rho \left(\frac{gr}{cm^3} \right)$	Keterangan
A	Uji kerapatan	30:40:30	0,4-0,9	0,841	Memenuhi standar
B		30:30:40		0,850	Memenuhi standar
C		30:20:50		0,863	Memenuhi standar
D		30:10:60		0,876	Memenuhi standar
E		40:30:30		1,027	Tidak memenuhi standar
F		30:30:40		0,869	Memenuhi standar
G		20:30:50		0,990	Tidak memenuhi standar
H		10:31:00		1,211	Tidak memenuhi standar

Tabel IV.2: Hasil uji kadar air

No	Jenis pengujian	Jenis sampel	Standar SNI 03-2105-2006 (%)	Hasil pengujian (%)	Keterangan
A	Uji kadar air	30:40:30	14	4,0	Memenuhi standar
B		30:30:40		3,9	Memenuhi standar
C		30:20:50		2,9	Memenuhi standar
D		30:10:60		1,4	Memenuhi standar
E		40:30:30		1,3	Memenuhi standar
F		30:30:40		2,7	Memenuhi standar
G		20:30:50		1,5	Memenuhi standar
H		10:30:60		7,6	Memenuhi standar

Tabel IV.3: Hasil uji pengembangan tebal

No	Jenis pengujian	Jenis sampel	Standar SNI 03-2105-2006 (%)	Hasil pengujian (%)	Keterangan
A	Uji pengembangan tebal	30:40:30	12	1,03	Memenuhi standar
B		30:30:40		0,73	Memenuhi standar

C		30:20:50		0,80	Memenuhi standar
D		30:10:60		0,84	Memenuhi standar
E		40:30:30		0,70	Memenuhi standar
F		30:30:40		0,59	Memenuhi standar
G		20:30:50		0,70	Memenuhi standar

Tabel IV.4: Hasil uji modulus elastisitas

No	Jenis pengujian	Jenis sampel	Standar SNI 03-2105-2006 (%)	Hasil pengujian (%)	Keterangan
A	Uji MOE	30:40:30	2,55	2,14	Tidak memenuhi standar
B		30:30:40		2,89	Memenuhi standar
C		30:20:50		3,17	Memenuhi standar
D		30:10:60		4,36	Memenuhi standar
E		40:30:30		3,85	Memenuhi standar
F		30:30:40		7,31	Memenuhi standar
G		20:30:50		7,06	Memenuhi standar

Pada pengujian kerapatan ada 5 sampel yang memenuhi standar dan 3 tidak memenuhi standar. Hal itu disebabkan tidak meratanya semua sampel sehingga terjadi kerapatan yang berbeda dan menyebabkan bahan-bahan pada pembuatan tidak *homogen* oleh karena itu terjadi peningkatan kerapatan berbeda-beda.

Pada pengujian kadar air semua sampel memenuhi standar tetapi ada 1 sampel yang memiliki kadar air yang sangat tinggi itu disebabkan karena pada saat pencampuran tidak merata sehingga terjadi peningkatan nilai kadar air.

Pada pengujian pengembangan tebal ada 1 sampel yang mengalami kerusakan pada saat perendaman itu di sebabkan karena perekat plastiknya kurang kuat sehingga terjadi kerusakan, begitupun pada sampel yang lain semuanya memenuhi standar. Dari ke-7 sampel nilai pengembangan tebalnya tidak jauh berbeda karena nilai kadar air yang tinggi akan mempengaruhi nilai pengembangan tebal papan komposit.

Pada pengujian modulus elastisitas MOE hanya 7 yang memenuhi standar dan ke-2 sampel yang lain tidak memenuhi standar itu disebabkan karena $\Delta P/\Delta Y$ sangat rendah dan bahan-bahan tidak *homogen*. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi modulus elastisitas maka akan kurang defleksi itu yang menyebabkan $\Delta P/\Delta Y$ tinggi sehingga ke-2 sampel pada pengujian modulus elastisitas MOE tidak memenuhi standar.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada papan komposit dengan komposisi ampas tahu dan jerami padi dengan perekat plastik. Pada sifat fisis dengan menggunakan uji kerapatan, uji kadar air, dan uji pengembangan tebal memenuhi standar SNI 03-2105-2006. Sedangkan pada sifat mekanik dengan menggunakan uji modulus elastisitas MOE hanya 7 yang memenuhi standar dan 2 sampel tidak memenuhi standar.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang dapat diambil adalah:

1. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan ukuran partikel yang seragam sehingga dapat meningkatkan kualitas dari papan komposit.
2. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya plastik yang digunakan terlebih dahulu diubah menjadi cair sehingga partikel dapat menyatu dengan baik pada pembuatan papan komposit.
3. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya pengadukan tidak dilakukan secara manual agar tidak terjadi kesalahan pada saat pengujian papan komposit.
4. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan ukuran partikel yang seragam sehingga dapat diperoleh jenis papan komposit yang berkualitas dan dapat diproduksi khususnya pada bidang industri *furniture*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza. plastik. www.wikipedia.org. diakses pada tanggal 23 April 2009. (Dalam jurnal:” *Kajian Pemanfaatan Sampah Plastik Sebagai Sumber Bahan Bakar Cair*” Vol. 3, No. 2, Mei 2012, 224)
- Andriyansyah, M.S. Pengujian Sifat Fisis dan Sifat Mekanik Papan Semen Partikel Pelepah Aren (*Arenga Pinnata*), *Skripsi Pendidikan Teknik Bangunan*, (Semarang: UNS, 2014), h. 24 – 26.
- Boni P. Lapanporo, dkk. Analisis Sifat dan Mekanika Papan Partikel Berbahan Dasar Sekam Padi, *Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, (Universitas Tanjungpura) Vol. IV, No. 2 (2014), Hal. 60 – 63.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan Cordoba For Muslimah* (2009), h.41.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan Cordoba For Muslimah* (2009), h.191-3.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan Cordoba For Muslimah* (2009), h.29-1.
- Gibson, F Ronald, 1994. *Plastics Engineering, Second Edition, pergamon Press, UK*
- Halliwelll, J., Lambert, B. (2004). *Revise for Product Design: graphics with materials technology*. UK: Heinemann Educational publishers.
- Hendronursito. Yusup, Uji Fisis Papan Partikel Akar Alang-Alang Sesuai Standar SNI 03-2105-2006: *Jurnal Teknologi* 8 no. 1 (2015), h. 39.
- Howard RL, Abotsi E, Jansen van Rensburg EL and Howard S.: Lignocellulose biotechnology: *Issues of Bioconversion and Enzyme Production. African Journal of Biotechnology* Vol. 2 (12), pp. 602-619, 2003
[Http://www.academicjournals.org/AJB](http://www.academicjournals.org/AJB)
- Komar,A..1984. *Teknologi Pengolahan Jerami Sebagai Makanan Ternak*.Bandung:Dian grahita
- Masturi, A.Lestari dan R.Sukadarwati.1992. *Penelitian Pemanfaatan limbah padat industri tahu pembuatan isolasi protein*. Balai penelitian dan pengembangan industri. Depertemen Perindustrian, Semaran.

- Mediastika, CE. 2007. *Potensi Jerami Padi Sebagai Bahan Baku Panel Akustik*, Dimensi Teknik Arsitektur, Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Matthews, FL, 1999, "*Compositre Material : Engineering and Science*", Woodhead Publishing Limited, England.
- Misrawati, Analisis Sifat Fisis dan Mekanik Papan Partikel (*Particle Board*) dari Bahan Baku Ampas Tebu (*Saccharum officinarum*): *Skripsi*. Makassar: Fak Sain dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.
- Mujiman, A. 1987. *Makanan Ikan*. 1990. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Mujiarto. Iman, *Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Bahan Aditif: Jurnal Traksi* 3 no. 2 (2005), h. 66.
- Purwandaru, Pandu. "Pemanfaatan Jerami Untuk Produk Ramah Lingkungan Ukm Melalui Proses Kempa": *Jurnal Fakultas Seni Rupa & Desain, Institut Teknologi Bandung* (2013)
- Pulungan, H. Dan M. Rangkuti. 1984. *Ampas Tahu untuk Makanan Ternak*. *Warta penelitian dan Pengembangan Pertanian I. Depertemen Pertanian*. Bogor. Hal: 331-335
- Purwaningsih, Henny, dkk. 2012. *Rekayasa Biopolimer Jerami Padi dengan Teknik Kopolimerisasi Cangkok dan Taut Silang*. *Jurnal Valensi*. IPB. Vol 2: 489-500
- Raharjo, L, 2004, *Pemanfaatan Tepung Ampas tahu sebagai Bahan Pakan Broiler Periode Finisher*, *Agritek*, 12:1..
- Smallman. R.E. *Metalurgi Fisik Modern dan Rekayasa Material*. (Jakarta :Erlangga,2000), h. 182).
- (Sumber:<http://biotoindonesia.com/artikel-ilmiah/artikel-biotogold/260-teknologi-biotogold-jerami-probiotik>. Akses 08 November 2013)
- (sumber:<http://rodamemn.wordpress.com/tag/indonesia/>. Akses 11 juli 2016)
- (Sumber:<http://tasty-indonesian-food.com/indopedia/how-to-make-tempe-Menjes>. Akses 22 juni 2016)
- (Sumber:<https://pranaindonesia.wordpress.com/pemanasan-global/bahaya-plastik-pete>. Akses 22 Juli 2016)
- Soekoharto. 1990. *Pedoman Untuk Perencanaan Ekonomi Pembangunan Peternakan*. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

- Syahfitrie, C. (2001). *Analisis Aspek Sosial Ekonomi Pemanfaatan Limbah Plastik* [Thesis] Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan).
- Tillman, D.A., Hartadi H., Reksohadiprodjo, S., Lebdosoekojo S. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gadjah Mada University Press. Fakultas Peternakan UGM, Yogyakarta
- Trisna, H, Alimin Mahyudin (2012) *Analisis Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit Gypsum Serat Ijuk dengan Penambahan Boraks (Dinatrium Tetraborat Decahydrate)*, Jurnal Fisika Unand, Vol 1 No.1, 30-36.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DATA MENTAH HASIL PENELITIAN

A. Uji Kerapatan

Nama sampel	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	$\rho \left(\frac{Gr}{cm^3} \right)$
A	10,02	10,04	0,922	0,841
B	10,04	10,05	0,92	0,85
C	10,03	10,08	0,825	0,863
D	10,01	10,07	0,826	0,876
E	9,73	9,74	0,822	1,027
F	10,03	9,72	0,909	0,869
G	9,09	9,07	0,827	0,99
H	9,01	8,08	0,805	1,211

B. Uji Kadar Air

Nama sampel	m_a (gr)	m_k (gr)	KA %
A	78	75	4,0
B	79	76	3,9
C	72	70	2,9
D	73	72	1,4
E	80	79	1,3
F	77	75	2,7
G	67	66	1,5
H	71	66	7,6

C. Uji Pengembangan Tebal

Nama sampel	T ₁ (cm)	T ₂ (cm)	PT %
A	0,912	1,850	1,03
B	0,919	1,589	0,73
C	0,926	1,668	0,80
D	0,928	1,709	0,84
E	0,922	1,568	0,70
F	0,919	1,458	0,59
G	0,923	1,572	0,70

D. Uji Modulus Elastisitas (MOE)

Kode Sampel	T1 (cm)	T2 (cm)	T3 (cm)	T rata2	L1 (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	L rata2 (cm)	$\Delta P/\Delta Y$ (kgf/cm)	P_{maks} (kgf)	MOE $\frac{kgf}{cm^2}$
A	0,966	0,922	0,958	0,949	5,060	5,061	5,024	5,048	0,3089	1,2	2,14
B	0,941	0,967	0,918	0,942	5,057	5,058	5,022	5,050	0,4150	1,0	2,89
C	0,994	0,997	0,987	0,993	5,025	5,016	5,034	5,025	0,5540	0,6	3,71
D	0,995	0,975	0,983	0,984	5,041	5,052	5,025	5,039	0,6500	0,6	4,36
E	0,983	0,966	0,973	0,974	4,882	4,985	4,992	4,953	0,5400	0,3	3,85
F	0,996	0,980	0,970	0,982	4,959	5,041	4,951	4,984	1,0533	0,5	7,31
G	0,953	0,962	0,947	0,954	4,896	4,852	4,747	4,832	0,9000	0,6	7,06

Keterangan :

A : Sampel uji komposisi 30:40:30 %

B : Sampel uji komposisi 30:30:40 %

C : Sampel uji komposisi 30:20:50 %

D : Sampel uji komposisi 30:10:60 %

E : Sampel uji komposisi 40:30:30 %

F : Sampel uji komposisi 30:30:40 %

G : Sampel uji komposisi 20:30:50 %

b : Lebar contoh uji (cm)

h : Tebal contoh uji (cm)

$\Delta P / \Delta Y$: Selisih beban (kg/cm)

Pmax : Massa maksimum

MOE : *Modulus of Elasticity* (gr/cm²)

LAMPIRAN II
ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Perhitungan nilai kerapatan

Contoh perhitungan:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{78}{(10,02 \times 10,04 \times 0,922)}$$

$$\rho = \frac{72}{92,753}$$

$$\rho = 0,841 \text{ gr/cm}^3$$

Sampel	Komposisi(%)			Massa (gr)	Volume (%)			$\rho \left(\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3} \right)$
	Jerami Padi	Ampas Tahu	Perekat Plastik		Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	
A	30	40	30	78	10,02	10,04	0,922	0,841
B	30	30	40	79	10,04	10,05	0,920	0,850
C	30	20	50	72	10,03	10,08	0,825	0,863
D	30	10	60	73	10,01	10,07	0,826	0,876
E	40	30	30	80	9,73	9,74	0,822	1,027
F	30	30	40	77	10,03	9,72	0,909	0,869
G	20	30	50	67	9,09	9,07	0,827	0,990
H	10	30	60	71	9,01	8,08	0,805	1,211

B. Perhitungan nilai Kadar air

Contoh perhitungan:

$$KA = \frac{m_1 - m_2}{m_2} 100\%$$

$$KA = \frac{78 - 75}{75} 100\%$$

$$KA = \frac{3}{75} 100\%$$

KA = 4,0 %

Sampel	Komposisi(%)			Massa kering (gr)	Massa kering setelah di oven (gr)	KA (%)
	Jerami Padi	Ampas Tahu	Perekat Plastik			
A	30	40	30	78	75	4,0
B	30	30	40	79	76	3,9
C	30	20	50	72	70	2,9
D	30	10	60	73	72	1,4
E	40	30	30	80	79	1,3
F	30	30	40	77	75	2,7
G	20	30	50	67	66	1,5
H	10	30	60	71	66	7,6

C. Perhitungan nilai pengembangan tebal

Contoh perhitungan:

$$PT = \frac{T_2 - T_1}{T_1} 100 \%$$

$$PT = \frac{1,850 - 0,912}{0,912} 100 \%$$

$$PT = \frac{0,938}{0,912} 100 \%$$

$$PT = 1,03 \%$$

Sampel	Komposisi (%)			Tebal Sebelum direndam (cm)	Tebal Sesudah direndam (cm)	PT (%)
	Jerami Padi	Ampas Tahu	Perekat Plastik			
A	30	40	30	0,912	1,850	1,03
B	30	30	40	0,919	1,589	0,73
C	30	20	50	0,926	1,668	0,80
D	30	10	60	0,928	1,709	0,84
E	40	30	30	0,922	1,568	0,70
F	30	30	40	0,919	1,458	0,59

G	20	30	50	0,923	1,572	0,70
---	----	----	----	-------	-------	------

D. Perhitungan nilai MOE

Kode Sampel	Tinggi	Lebar	$\Delta P/\Delta Y \frac{kg}{cm}$	P maks (kgf)	MoE $\frac{kgf}{cm^2}$
A	0,949	5,048	0,3089	1,2	2,14
B	0,940	5,050	0,4150	1,0	2,89
C	0,990	5,030	0,5540	0,6	3,17
D	0,980	5,040	0,6500	0,6	4,36
E	0,970	4,950	0,5400	0,3	3,85
F	0,980	4,980	1,0533	0,5	7,31
G	0,950	4,830	0,9000	0,6	7,06

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3}$$


$$MOE = \frac{\Delta P}{\Delta Y} \frac{L^3}{4bd^3}$$

$$MOE = 0,3089 \frac{15^3}{4(0,949)(5,048)^3}$$

$$MOE = 0,3089 \frac{3375}{4(0,949)(5,048)^3}$$

$$MOE = 0,3089 \frac{3375}{488,297212}$$


$$MOE = 2,14 \frac{kgf}{cm^2}$$

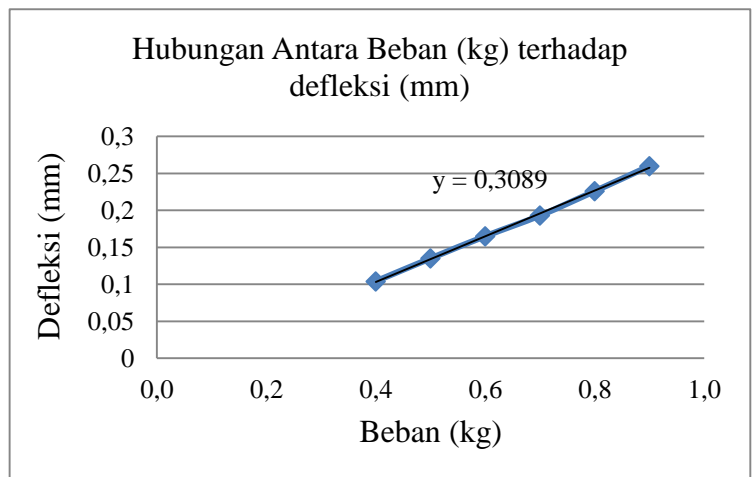


Beban (kg)	Defleksi (mm)
0,4	0,104
0,5	0,135
0,6	0,165
0,7	0,193

0,8	0,226
0,9	0,260


Beban (kg)	Defleksi (mm)
0,5	0,120
0,6	0,151
0,7	0,191
0,8	0,245

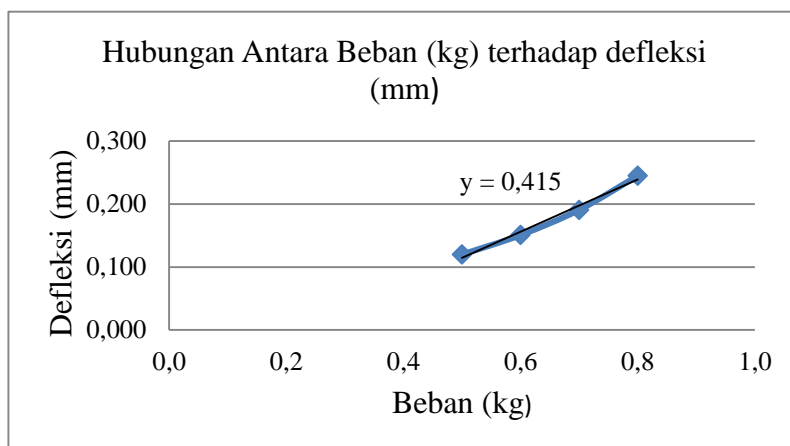


Beban (kg)	Defleksi (mm)
0,2	0,118
0,3	0,160
0,4	0,222
0,5	0,282

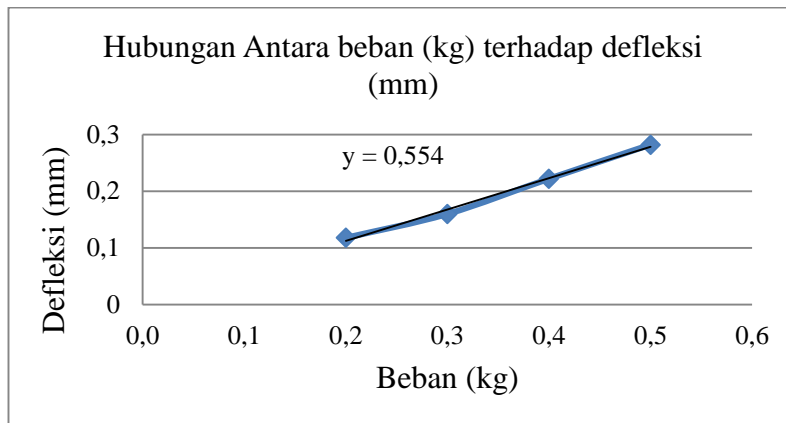


Beban (kg)	Defleksi (mm)
0,2	0,065
0,3	0,122
0,4	0,190
0,5	0,259

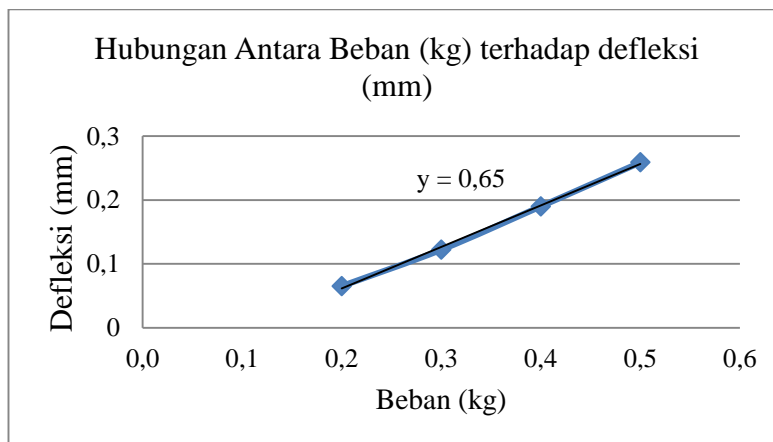


Beban (kg)	Defleksi (mm)
0,1	0,098
0,2	0,152

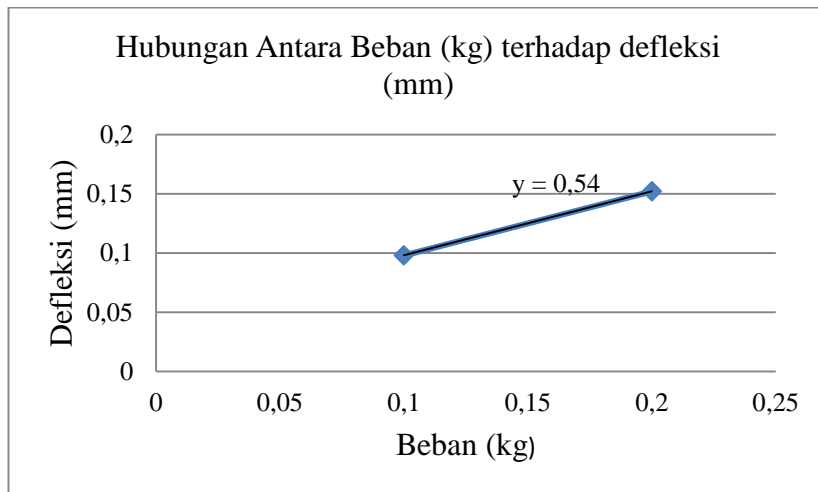

Beban (kg)	Defleksi (mm)
0,2	0,141
0,5	0,457

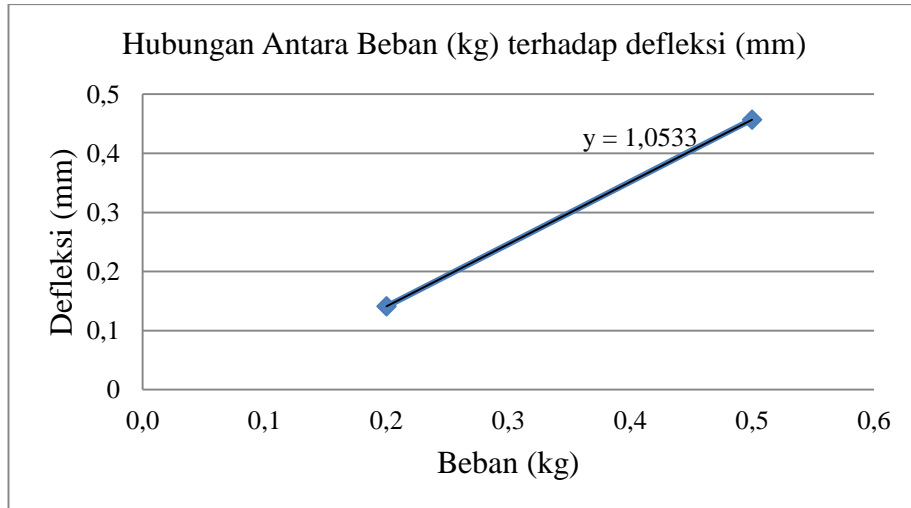

Beban (kg)	Defleksi (mm)
0,1	0,08
0,4	0,35

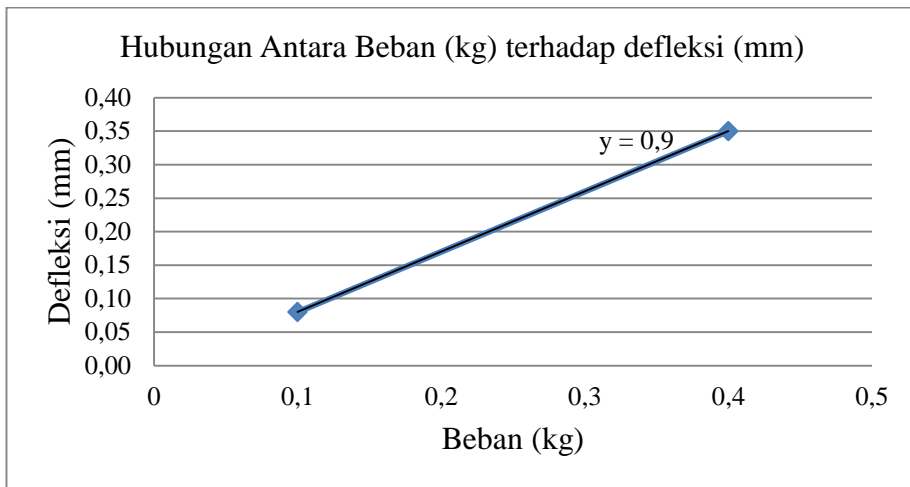

LAMPIRAN III**ALAT DAN BAHAN PENELITIAN****1. Alat dan Bahan Penelitian**

- a. Alat pada pembuatan papan komposit



Gambar 1: Cetakan 25 × 25 × 1 cm



Gambar 2: Plat besi



Gambar 3: Neraca analitik



Gambar 4: Ayakan 22 mesh dan 10 mesh



Gambar 5: Mesin ayakan



Gambar 6: Hotpress

b. Alat pengujian papan komposit



Gambar 7: Mistar



Gambar 8: Mikrometer sekrup



Gambar 9: Jangka sorong digital



Gambar 10: Oven



Gambar 12: Mesin uji universal



Gambar 13: *Table saw*

c. Bahan pada pembuatan papan komposit



Gambar 13: Plastik yang telah di cacah



Gambar 14: Ampas tahu



Gambar 15: Jerami padi dan papan komposit yang sudah tercetak

d. Bahan pada pengujian papan komposit



Gambar 16: Sampel uji kerapatan dan kadar air tebal



Gambar 17: Sampel uji Pengembangan



Gambar 18: Sampel uji MOE

LAMPIRAN IV

PROSES PEMBUATAN DAN PENGUJIAN SAMPEL

1. Proses pembuatan papan komposit




Gambar 19: Proses pengayakan



Gambar 20: Proses penimbangan



Gambar 21: Proses pencampuran

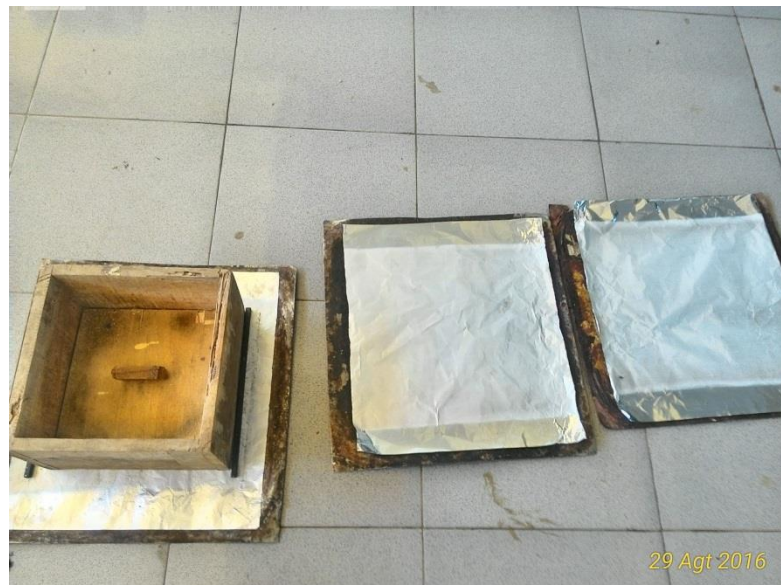

Gambar 21: Proses pencetakan



Gambar 22: Proses pengempaan



Gambar 23: papan yang telah dicetak



Gambar 24: Proses pemotongan sampel



Gambar 25: Papan yang telah dipotong

2. Proses pengujian sampel
 - a. Uji sifat fisis
 1. Uji kerapatan





2. Uji kadar air





3. Uji pengembangan tebal





4. Uji modulus elastisitas MOE



Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan												Tempat
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Studi Literatur													Makassar
2	Pemantapan rencana kegiatan													Makassar
3	Observasi awal													Lab Fisika
4	Persiapan dan pengetesan alat													Lab Fisika
5	Proses pembuatan papan komposit													Makassar
6	Proses pengujian papan komposit													Lab UNHAS
7	Analisis data													Lab Fisika
8	Penyusunan laporan akhir													Lab Fisika
9	Seminar hasil													Uin Alauddin Makassar
10	Ujian Munaqasyah													Uin Alauddin Makassar

Ukuran papan (cm) 25x25x1	= 625
Kerapatan	= $0,75 \frac{g}{cm^3}$
Berat partikel	= 468,8 (g)
Allowance 10%	= 46,9
Berat partikel kering	= 515,6 (g)
Kadar air	= 5 %
Total berat yang ditimbang	= 541,4 (g)

Perhitungan:

$$25 \times 25 \times 1 = 625$$

$$625 \times 0,75 = 468,75$$

$$468,75 \times 10 \% = 46,9$$

$$468,75 \times 46,9 = 515,6$$

$$515,6 + 5 \% = 541,3$$

Jerami	Berat (g)	Ampas Tahu	Berat (g)	Perekat Plastik	Berat (g)
30 %	162,42	40 %	216,65	30 %	162,42
30 %	162,42	30 %	162,42	40 %	216,56
30 %	162,42	20 %	108,28	50 %	270,70
30 %	162,42	10 %	54,14	60 %	324,84
40 %	216,65	30 %	162,42	30 %	162,42
30 %	162,42	30 %	162,42	40 %	216,56
20 %	108,28	30 %	162,42	50 %	270,70
10 %	54,14	30 %	162,42	60 %	324,84
Jumlah	1191,08		1191,08		1949,04

Perhitungan tiap komposisi sampel :

$$A = 30 : 40 : 30$$

$$\frac{30}{100} \times 541,3 = 162,42 \text{ (g)}$$

$$\frac{40}{100} \times 541,3 = 216,65 \text{ (g)}$$

$$\frac{30}{100} \times 541,3 = 162,42 \text{ (g)}$$