

**SINTESIS UJI KUALITAS PLASTIK *BIODEGRADABLE* DARI PATI KULIT
SINGKONG MENGGUNAKAN VARIASI PENGUAT LOGAM SENGG
OKSIDA (ZnO) DAN *PLASTICIZER* GLISEROL**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Kimia
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**YUNI SARA
60500113051**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Sara
NIM : 60500113051
Tempat/ Tgl Lahir : Makassar/ 18 Juni 1995
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : JL. Kapasa raya No.4
Judul : Sintesis Uji Kualitas Plastik *Biodegradable* dari Pati KulitSingkong menggunakan variasi Penguat Logam Seng Oksida (ZnO) dan *Plasticizer* Gliserol.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Januari 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun


YUNI SARA
60500113051

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Sintesis dan Uji Kualitas Plastik Biodegradable dari Pati Kulit Singkong Menggunakan Variasi Penguat Logam Seng Oksida (ZnO) dan Plasticizer Gliserol*” yang disusun oleh Yuni Sara, NIM: 60500113051, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **30 Januari 2018** bertepatan dengan **13 Jumadil Awal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).


Samata-Gowa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Wasilah, S. T., M. T	
Sekretaris	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si	
Munaqisy I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	
Munaqisy II	: Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si	
Munaqisy III	: Dr. Muhsin Mahfudz, M. Ag	
Pembimbing I	: Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si	
Pembimbing II	: Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd	

Diketahui oleh:

 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

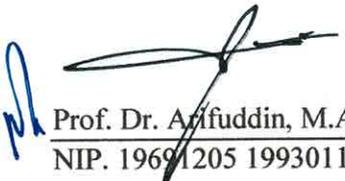
Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 1993011001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr. wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Sintesis uji kualitas plastik biodegradable dari pati kulit singkong menggunakan variasi penguat logam ZnO dan *plasticizer* gliserol” ini dapat terselesaikan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu Sains kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, nabi yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, beserta orang-orang yang senantiasa istiqamah dijalannya. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda H.Abd salam dan ibunda Hj.Ratna untuk nasihat, motivasi dan dukungan yang selalu membangkitkan semangat untuk ananda tercinta serta dukungan material dan spiritual kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Aisyah S.Si., M.Si, selaku sekretasi Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak H. Asri Saleh S.T., M.Si selaku pembimbing I yang berkenan memberikan kritik dan saran serta bimbingan dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Kurnia Ramadhani S.Si., M.Pd, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi ini.
7. Ibu sitti Chadijah, Dra, M.Si, Dr. Maswati Baharuddin M.Si dan Dr. Muhsin mahfudz M.Ag, selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Musyawirah Baharuddin selaku Staf Jurusan Kimia dan seluruh staf karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dalam persuratan demi terselenggaranya skripsi ini.

10. Para laboran Jurusan Kimia, Kak Awaluddin Ip, S.Si., M.Si, Kak Andi Nurahma S.Si, Kak Fitri Azis S.Si., S.Pd, Kak Ismawanti S.Si, Kak Nuraini S.Si dan terkhusus untuk kak Ahmad Yani S.Si terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya yang senantiasa mendampingi dan memberi saran demi kelancaran penelitian ini.
11. Sahabat sekaligus rekan penelitian saya, Moh. Ridwan dan Fitriyani Najamuddin yang senantiasa menemani, saling mendukung dan mendoakan dari awal hingga penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Humairah Latuconsina, Fitriani D, Selvia, Yuliana Fahnur, Putriani, teman-teman seperjuangan di Kimia 2013, segenap senior dari angkatan 2012 juga junior angkatan 2014 serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat bernilai ibadah di sisiNya. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum wr wb.

Makassar, Januari 2018

Penulis

DAFTA ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7-21
A. Kulit Singkong (<i>Manihot Esculenta</i>).....	7
B. Pati	9
C. Seng Oksida (ZnO).....	11
D. <i>Plasticizer</i> Gliserol.....	13
E. Teknik Preparasi Plastik Biodegradable.....	16

F. Plastik Biodegradable	17
G. Karakterisasi Plastik	20
BAB III METODE PENELITIAN	27-31
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
B. Alat dan Bahan	27
C. Prosedur Penelitian	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32-44
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	35
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46-47
LAMPIRAN	48-62
BIOGRAFI	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kulit singkong.....	7
Gambar 2.2	Gambar struktur amilosa	10
Gambar 2.3	Gambar struktur amilopektin.....	11
Gambar 2.4	Struktur Kristal ZnO.....	13
Gambar 2.5	Struktur gliserol.....	15
Gambar 2.6	FTIR Instrument.....	25
Gambar 4.1	Hasil uji kuat tarik pada kulit singkong	37
Gambar 4.2	Hasil uji ketahanan terhadap air pada kulit singkong	39
Gambar 4.3	Hasil uji biodegradabilitas pada kulit singkong	41
Gambar 4.4	Hasil spektrum FTIR.....	42
Gambar 4.5	Hasil SEM Perbesaran 1.00 kali- 5.00 kali.....	44

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Persentasi kandungan kimia kulit singkong..... 8
Tabel 2.2	Sifat fisik kimia Gliserol..... 15
Tabel 4.1	Hasil Uji Kuat Tarik Pada Kulit Singkong..... 33
Tabel 4.2	Hasil Uji Ketahanan Terhadap Air Pada Kulit Singkong ... 34
Tabel 4.3	Hasil Analisis FTIR Pada Kulit Singkong..... 34
Tabel 4.4	Hasil Uji Biodegradabilitas Pada Kulit Singkong 35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema pembuatan plastik biodegradable.....	48
Lampiran 2	Diagram alir preparasi sampel	49
Lampiran 3	Skema kerja Pembuatan Pati Kulit Singkong.....	50
Lampiran 4	Karakterisasi Bioplastik... ..	51
Lampiran 5	Analisis data	54
Lampiran 6	Dokumentasi Hasil Penelitian.....	56



ABSTRAK

Nama : Yuni Sara
NIM : 60500113051
Judul : Sintesis dan Uji Kualitas Plastik *Biodegradable* dari Pati Kulit Singkong Menggunakan Variasi Penguat Logam ZnO dan *Plasticizer* Gliserol

Kebanyakan plastik yang beredar dimasyarakat termasuk bahan yang tidak terurai sehingga berdampak buruk bagi lingkungan. Plastik *biodegradable* merupakan salah satu alternative untuk mengatasi masalah lingkungan dengan menggunakan kulit singkong yang banyak mengandung pati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi optimum plastik *biodegradable* dari pati kulit singkong dengan *plasticizer* gliserol dan penambahan penguat logam seng oksida (ZnO) terhadap sifat fisik plastik *biodegradable*. Penelitian ini dilakukan dengan metode *melt intercalation*. Dengan variasi gliserol 15%,25% dan 35% dan variasi ZnO yaitu 6%,9% dan 12%. Hasil penelitian diperoleh sifat mekanik yang terbaik adalah 15% gliserol dengan nilai kuat Tarik sebesar 2,608 N/mm² dan persen uji ketahanan terhadap air adalah 58,23%. Pada uji *biodegradabilitas* diperoleh kondisi optimum dengan waktu degradasi 11 hari.

Kata Kunci : Plastik *Biodegradable*, Kulit singkong, Gliserol, seng oksida (ZnO).

ABSTRACT

Name : Yuni Sara
NIM : 60500113051
Title : **Synthesis and Test of Biodegradable Plastic Quality from Cassava Starch Using Variation of ZnO Metals and Plasticizer Glycerol**

Most plastics circulating in the community include non-biodegradable materials that are bad for the environment. Biodegradable plastic is one alternative to solve environmental problems by using cassava skin that contains a lot of starch. The purpose of this study was to determine the optimum condition of biodegradable plastic from cassava starch with glycerol plasticizer and the addition of metal oxide (ZnO) reinforcement to the physical properties of biodegradable plastic. This research was conducted by melt intercalation method. With variations of glycerol 15%, 25% and 35% and ZnO variations are 6%, 9% and 12%. The result of this research is the best mechanical properties is 15% glycerol with strong value Pull of 2,608 N / mm² and percent of water resistance test is 58,23%. The biodegradability test obtained an optimum condition with 11 days degradation time.

Keywords: Biodegradable Plastic, Cassava Leather, Glycerol, zinc oxide (ZnO).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia plastik banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan masyarakat akan plastik sudah tidak diragukan lagi, mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Plastik banyak digunakan dalam berbagai hal, diantaranya sebagai pembungkus makanan, alas makan dan minum, untuk keperluan sekolah, kantor dan berbagai sektor lainnya. Hal ini dikarenakan plastik memiliki banyak keunggulan antara lain: fleksibel, ekonomis, transparan, kuat dan tidak mudah pecah.

Namun yang menjadi masalah, sebagian besar plastik sekarang yang beredar di masyarakat termasuk bahan yang *nondegradable* atau tidak dapat terurai sehingga akan berdampak buruk bagi lingkungan. Sampah plastik memiliki jumlah sekitar 10 % dari total volume sampah. Dari jumlah itu, sangat sedikit yang dapat didaur ulang. Sampah plastik berbahan polimer sintetik yang berasal dari minyak bumi tidak mudah diurai oleh organisme dekomposer sehingga disebut *nonbiodegradable*. Plastik *nonbiodegradable* tidak dapat terurai dengan cepat oleh mikroba penghancur di dalam tanah. Butuh 300–500 tahun agar bisa terdekomposisi atau terurai sempurna. Membakar plastik pun bukan pilihan baik. Sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan jika proses pembakarannya tidak sempurna

yaitu di bawah 800 °C akan membentuk dioksin yang akan mengurai udara dan akan berbahaya bagi masyarakat yang berada di lingkungan tersebut ¹

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mempercepat tingkat degradasi material polimer dengan mengganti beberapa polimer sintesis dengan polimer alami dalam banyak aplikasi sebagai upaya untuk meminimalisasi masalah lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik. Kekhawatiran terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbaharui untuk memproduksi material kemasan *biodegradable* yang dapat mengurangi masalah limbah yang memberikan banyak masalah terhadap lingkungan ²


Dengan munculnya permasalahan tersebut maka perlu adanya inovasi dalam pembuatan plastik yang ramah lingkungan yaitu pengembangan plastik *biodegradable* yang terbuat dari bahan alam terbaharui seperti pati, selulosa, kitosan, dan beberapa senyawa alam lainnya. Plastik *biodegradable* adalah plastik yang digunakan sama halnya seperti plastik konvensional yang akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir air dan gas karbondioksida kemudian habis terpakai dan dibuang ke lingkungan dan pada akhirnya akan kembali ke alam sehingga dikatakan plastik yang ramah lingkungan ³. Saat ini metode pembuatan plastik *biodegradable* mulai dikembangkan. Terutama dengan bahan-bahan alam yang mengandung pati dalam persentasi yang cukup banyak.

¹ Fauzi akbar, Pengaruh waktu simpan film plastik biodegradasi dari pati kulit singkong terhadap sifat mekanikalnya”. *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 11.

² Fauzi akbar, Pengaruh waktu simpan film plastik biodegradasi dari pati kulit singkong terhadap sifat mekanikalnya”. *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 13.

³ Zulisma Anita, dkk.” Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradasi Dari Pati Kulit Singkong”. *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 37-38.

Dengan melihat perkembangan penelitian tentang plastik *biodegradable* yang umumnya menggunakan bahan-bahan alam dengan kandungan pati, maka akan diteliti formula *biodegradable* plastik yang bahan utamanya adalah kulit singkong. Kulit singkong dipilih sebagai bahan utama pembuat plastik karena selain memiliki kandungan pati yang cukup tinggi sekitar 44-59% dan memungkinkan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan plastik yang ramah lingkungan. Kulit singkong yang pada umumnya digunakan untuk pupuk kompos dan makanan ternak oleh masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf / 7:56 berikut ini:

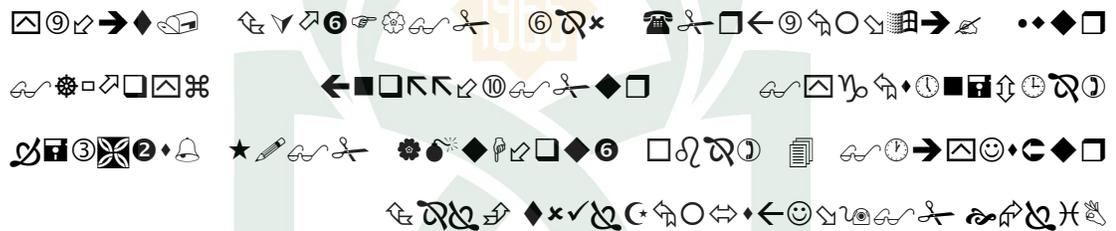

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-A'raf / 7:56).

Berdasarkan ayat diatas berkata bahwa “  ” *Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi*” ayat ini menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk melampaui batas, karena perusakan adalah salah satu pelampauan batas. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk sebelum diperbaiki atau saat dia buruk. Hal ini karena Allah swt telah menciptakan alam raya dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah juga telah melakukan sebuah perbaikan Dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam

masyarakat⁴ Manusia harus mampu membedakan antara kebajikan dan kejahatan. Membuat plastik *biodegradable* dari pati kulit singkong merupakan salah satu perbuatan baik manusia untuk mengeksplotasi serta mengambil manfaat dan tidak membuat kerusakan dari apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran, sehingga Allah swt memerintahkan kepada umat manusia untuk mensyukuri semua nikmat dan ciptaan Allah yang telah diturunkan kepada umatnya serta mengambil manfaat dari apa yang telah Allah ciptakan untuk kemaslahatan umat⁵. Sehingga akan dilakukan pengembangan plastik biodegradable dari pati.

Pati merupakan senyawa polisakarida yang terdiri dari monosakarida yang berikatan melalui ikatan oksigen dan salah satu polimer alami dari ekstraksi tanaman yang dapat digunakan untuk memproduksi material *biodegradable* karena sifatnya yang ramah lingkungan, mudah terdegradasi, ketersediaan yang besar dan terjangkau⁶ Berdasarkan penelitian sebelumnya dari 1 kg kulit singkong diperoleh pati sebesar 42,9% dengan demikian potensi pati dari kulit singkong mencapai 172.800 ton – 421.200 ton per tahun.⁷

Pada proses pembuatan plastik *biodegradable* dari pati kulit singkong perlu ditambahkan *plasticizer* agar plastik yang dihasilkan lebih elastis, fleksibel, tidak

⁴ M.Quraish shihab, tafsir al-Mishbah, volume 5, h.119.

⁵ M. Quraish, Shihab,. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

⁶Fauzi akbar, Pengaruh waktu simpan film plastik biodegradasi dari pati kulit singkong terhadap sifat mekanikalnya”. *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 12.

⁷ I Gusti Agung, dkk. “Pengaruh Ccampuran Bahan Komposit dan Konsentrasi Gliserol Terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Kulit Singkong dan Kitosan”. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Teknik Universitas Udayana, (2015): h. 41.

mudah putus dan tahan terhadap air⁸. Variasi komposisi pati dan *plasticizer* berpengaruh pada sifat mekanik dan kimia plastik *biodegradable*. Salah satu *plasticizer* yang umum digunakan adalah gliserol. Penggunaan *plasticizer* harus sesuai dengan polimer dan konsentrasi yang digunakan berkisar 10-60 % berat kering bahan dasar. Semakin besar konsentrasi gliserol dan pati maka nilai sifat kuat tariknya semakin menurun karena gliserol tidak menguap dalam proses pembuatan plastik. Gliserol termasuk senyawa yang banyak ditemukan di alam dan harganya juga relatif murah. Selain itu, gliserol bersifat ramah lingkungan, karena senyawa ini dengan mudah dapat terdegradasi oleh mikroorganisme.⁹

Namun, ada beberapa kelemahan dari pati itu sendiri seperti kuatnya perilaku hidrofilik dan sifat mekanis yang lebih buruk jika dibandingkan dengan polimer sintesis. Untuk meningkatkan kekuatan mekanis pada pati, sejumlah kecil pengisi (*filler*) berupa bahan anorganik biasanya di tambahkan kedalam matriks polimer, dalam hal ini yaitu seng oksida (ZnO) yang merupakan salah satu filler yang menarik digunakan untuk mendegradasi limbah cair atau polutan karena ZnO adalah zat penguat yang bersifat anti mikroba dan merupakan bahan semi konduktor oksida fotokatalis.¹⁰

⁸ Yuli Darni. “ Studi pembuatan dan karakteristik sifat Mekanik dan Hidrofobisitas Bioplastik dari Pati Sorgum.”. *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 7, no. 4 (2010): h. 88.

⁹ Wardah dan Hastuti. pengaruh variasi komposisi gliserol dengan pati dari bonggol pisang, tongkol jagung, dan enceng gondok terhadap sifat fisis dan mekanis plastik *biodegradable*. *Jurnal Neutrino* 7, no. 2 (2015): h. 78.

¹⁰ Heri Sutanto. “Deposisi Lapisan Tipis Foto Katalis Seng Oksida (ZnO) Berukuran Nano dengan Teknik Penyemprotan dan Aplikasi untuk Pendegradasi PEwarna *Methylene Blue*. *Jurnal Fisika* 3, no. 1 (2013): h. 69-70.

Menurut penelitian ¹¹ kualitas plastik *biodegradable* dari pati kulit singkong dengan *plasticizer* gliserol menghasilkan konsentrasi terbaik adalah 5 gram pati, 25% gliserol dengan kuat tarik 0,02122 Mpa dan persen pemanjangan saat putus 3,5%.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dilakukan penelitian tentang sintesis dan uji kualitas plastik *biodegradable* dari pati kulit singkong menggunakan penguat ZnO dengan *plasticizer* gliserol.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu mengetahui kondisi optimum plastik *biodegradable* dari pati kulit singkong dengan penambahan *plasticizer* gliserol dan penguat logam ZnO terhadap sifat fisik plastik *biodegradable*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu menentukan kondisi optimum plastik *biodegradable* dari pati kulit singkong dengan *plasticizer* gliserol dan penambahan penguat logam ZnO terhadap sifat fisik plastik *biodegradable*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat bahwa kulit singkong dapat dijadikan bahan baku plastik ramah lingkungan.
2. Sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh plastik sintetik saat ini.
3. Sebagai tambahan data penelitian tentang plastik *biodegradable* bagi penelitian lainnya.

¹¹ Zulisma Anita, dkk.” Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradasi Dari Pati Kulit Singkong”.*Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 40.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kulit Singkong

Kulit singkong merupakan limbah hasil pengupasan pengolahan produk pangan berbahan dasar umbi singkong. Jadi keberadaannya sangat dipengaruhi oleh eksistensi tanaman singkong yang ada di Indonesia. Kulit singkong terkandung dalam setiap umbi singkong dan keberadaannya mencapai 10-20% dari berat umbi singkong tersebut dan lapisan periderm mencapai 0,5-2,0 % dari total berat umbi lapisan kortex yang berwarna putih mencapai 8-19,5%.¹²



¹² I Gusti Agung ... sit dan Konsentrasi Gliserol Terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Kulit Singkong dan Kitosan". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Teknik Universitas Udayana, (2015): h. 41.

Gambar 2.1. Kulit Singkong

8

Menurut Anatomi (2009: 12), klasifikasi singkong adalah sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Sub Divisi	: <i>Angiospermae</i>
Kelas	: <i>Dicotyledoneae</i>
Ordo	: <i>Euphorbiales</i>
Famili	: <i>Euphorbiaceae</i>
Genus	: <i>Manihot</i>
Spesies	: <i>Manihot utilis</i>
Pohl	: <i>Manihot esculenta Crantz sin</i>

Komposisi kimia kulit singkong menunjukkan pada table berikut.

Tabel 2.1. Persentase Kandungan Kimia Kulit Singkong

Komposisi kimia	Kulit singkong (%)
Air	7,9 - 10,32 %
Pati (Starch)	44 - 59 %
Protein	1,5 - 3,7 %
Lemak	0,8 - 2,1 %
Abu	0,2 - 2,3 %
Serat	17,5 - 27,4 %
Ca	0,42 - 0,77 %

Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt menciptakan segala sesuatu yang memiliki fungsi dan manfaat masing-masing.

Sebagaimana dijelaskan melalui firman Allah swt dalam QS. Ali Imran/ 3: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahannya :

9

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”¹³


Melalui ayat ini dijelaskan-Nya bahwa orang yang terus mengingat Allah SWT, baik mereka laki-laki maupun perempuan akan *memikirkan tentang penciptaan*, yakni kejadian dan sistem kerja *langit dan bumi* demikian luas dan bertingkat, serta bumi demikian kokoh, mantap berikut tata aturannya yang sedemikian rapi, dan setelah itu berkata “ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا ” *Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia* yakni tanpa tujuan yang haq, termasuk apa yang kami lihat, dengar dan alami dari keburukan dan kekurangan. *Maha suci Engkau* dari perbuatan demikian.

B. Pati

Pati merupakan suatu senyawa karbohidrat kompleks dengan ikatan a-glikosidik. Pati dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka panjang. Pati yang diproduksi secara komersial biasanya didapatkan dari jagung, gandum, tanaman-tanaman umbi seperti kentang, ubi kayu, dan ubi jalar. Pati merupakan bahan utama dalam pembuatan plastik *biodegradable* dan mempengaruhi sifat fisis pada plastik. Sehingga dapat mempercepat proses biodegradasi atau waktu terurainya plastik *biodegradable*. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut amilopektin.

¹³ M. Quraish, Shihab,. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Amilosa merupakan komponen pati yang mempunyai rantai lurus dan larut dalam air. Umumnya komposisi amilosa sebagai penyusun pati adalah 15 – 30%. Amilosa terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan (1,4) D-glukosa. Struktur amilosa yang tidak bercabang menyebabkan amilosa memiliki sifat kristalin. Adanya sifat kristalin pada amilosa menyebabkan molekul pati menjadi rapuh bila digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik, sehingga perlu dilakukan pemisahan antara amilosa dan amilopektin untuk mendapatkan plastik dengan hasil yang lebih baik. Amilosa yang telah terpisah dari amilopektin dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan film. Film yang dibuat dari amilosa murni memiliki sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan film yang dibuat dari pati dan amilopektin murni.

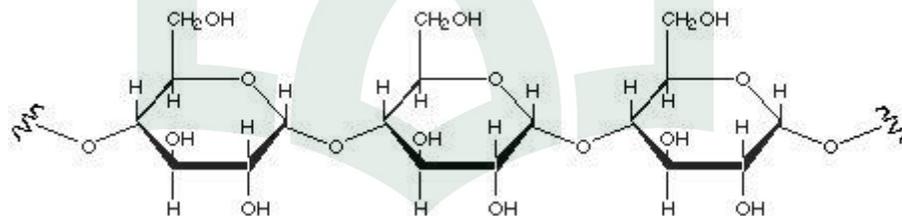


Gambar 2.2. Struktur Amilosa

Amilopektin merupakan komponen pati yang paling dominan yang mempunyai rantai cabang dan kurang larut dalam air. Komposisi amilopektin sebagai penyusun pati pada umumnya berkisar antara 70 – 85 %. Amilopektin terdiri dari struktur bercabang dengan ikatan α -(1,4)-D-glukosa dan titik percabangan amilopektin merupakan ikatan α -(1,6). Struktur amilopektin banyak percabangan seperti

retrogradasi lambat dan pasta yang terbentuk tidak dapat membentuk gel tetapi bersifat lengket (kohesif) dan elastis.¹⁴

11

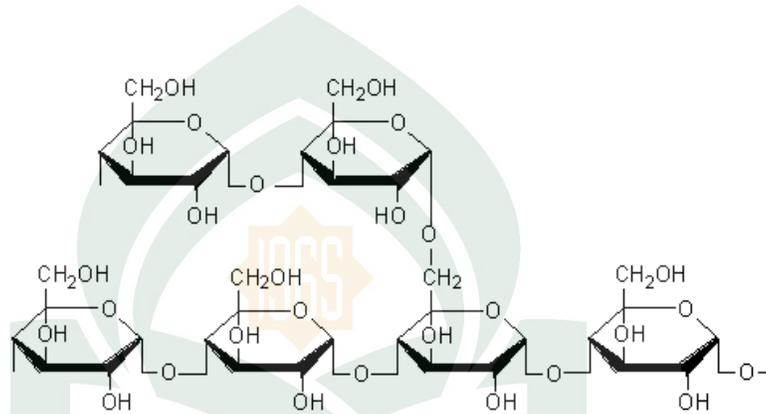

Gambar 2.3. Struktur Amilopektin

Konsentrasi kedua komponen ini nantinya akan mempengaruhi sifat mekanik dari polimer alami yang terbentuk.

Fungsi pati dalam tumbuhan sebagai cadangan makanan, juga sebagai substrat untuk produksi enzim amilase. Sebagai perbandingan, plastik tradisional membutuhkan waktu sekitar 50 tahun agar dapat terdekomposisi secara alamiah, sementara plastik *biodegradable* dapat terdekomposisi 10 hingga 20 kali lebih cepat. Hasil degradasi plastik ini dapat digunakan sebagai makanan hewan ternak atau sebagai pupuk kompos. Plastik *biodegradable* yang terbakar tidak menghasilkan senyawa kimia berbahaya. Kualitas tanah akan meningkat dengan adanya plastik

¹⁴ Boediono, mario.” pemisahan dan pencernaan amilosa dan amilopektin dari pati jagung dan pati kentang pada berbagai suhu”.*Skripsi* . Bogor: Institut Pertanian Bogor. (2012): h.2

biodegradable, karena hasil penguraian mikroorganisme meningkatkan unsur dalam tanah ¹⁵

C. ZnO

ZnO merupakan salah satu semikonduktor yang telah diteliti secara luas . terkait dengan sumber alternatif yang dapat diperbaharui, murah dan ramah lingkungan telah dipertimbangkan penggunaan ZnO dalam pembuatan plastik *biodegradable* ¹⁶. ZnO merupakan suatu kristal senyawa ionik yang banyak digunakan sebagai katalis atau pendukung katalis atau sebagai semikonduktor. ZnO adalah bahan fotokatalis yang efisien untuk proses detoksifikasi limbah air karena menghasilkan H₂O₂ lebih efisien dari pada fotokatalis lain. ZnO digunakan untuk mendegradasi limbah/polutan pewarna metil biru dengan variasi lama iradiasi sinar UV matahari. ¹⁷

Seng oksida (ZnO) sebagai penguat masih sedikit penggunaannya. Dalam penelitian Erfan (2012) dengan menggabungkan penguat logam seng oksida (ZnO) dan penguat alami kitosan dengan menggunakan sampel ubi jalar dijelaskan bahwa bertambahnya konsentrasi seng oksida (ZnO) maupun kitosan dalam pembuatan plastik *biodegradable* akan meningkatkan nilai kuat tarik dan menurunkan nilai elongasinya dimana data yang diperoleh yaitu peningkatan seng oksida (ZnO) dari 0 hingga 4% wt meningkatkan nilai kuat tarik dari 5,8 MPa hingga 10 MPa sedangkan nilai elongasinya mengalami penurunan dari 30% hingga 24%. Namun ketika

¹⁵ Yuli Darni. “ Studi pembuatan dan karakteristik sifat Mekanik dan Hidrofobisitas Bioplastik dari Pati Sorgum.”. *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 7, no. 4 (2010): h. 88.

¹⁶ Yuwono dan Dharma. “Fabrikasi nanorod seng oksida (ZnO) menggunakan metode sol-gel dengan variasi konsentrasi polyethylene glycol dan waktu tunda evaporasi ammonia”. *Jurnal metalurgi dan material* 26. no. 2 (2011): h. 101.

¹⁷ Heri Sutanto. “Deposisi Lapisan Tipis Foto Katalis Seng Oksida (ZnO) Berukuran Nano dengan Teknik Penyemprotan dan Aplikasi untuk Pendegradasi PEwarna *Methylene Blue*. *Jurnal Fisika* 3, no. 1 (2013): h. 70.

pengabungan penguat seng oksida (ZnO) dan kitosan dilakukan justru mengalami penurunan kualitas plastik hal ini dikarenakan masing-masing penguat tidak dapat saling mengisi layer-layer satu sama lain. Hal ini tidak jauh berbeda pada penelitian Nugroho (2012) dengan menggabungkan penguat logam seng oksida (ZnO) dan penguat alami clay dengan menggunakan sampel ubi jalar dimana hasil yang didapatkan dengan peningkatan konsentrasi seng oksida (ZnO) dan clay menyebabkan kekakuan dari plastik yang dihasilkan.



Gambar 2.4. Struktur Kristal ZnO

Seng oksida adalah sebuah senyawa anorganik yang memiliki rumus kimia ZnO berbentuk serbuk putih dan bersifat hampir tidak larut dalam air. ZnO mempunyai dua macam struktur yang berbeda yaitu struktur *hexagonal wurtzite* dan *cubic zinc blended*, masing –masing anionnya diikat oleh empat kation yang membentuk koordinasi tetrahedral. Secara termodinamika struktur wurtzite lebih stabil dibandingkan struktur ZnO yang lain.¹⁸ ZnO merupakan kristal senyawa ionik yang terdiri dari kation-kation dan anion-anion yang tersusun secara teratur dan

¹⁸ Eldo Sularto Marbun. “sintesis bioplastic dari pati ubi jalar menggunakan penguat logam ZnO dan penguat alami selulosa”. *Skripsi.depok*: Universitas Indonesia. (2012): h. 17.

berulang/ periodik. Pola susunan yang teratur dan berulang dari ion-ion yang terdapat dalam suatu kristal menghasilkan kisi kristal dengan bentuk/struktur tertentu.¹⁹

D. Plasticizer Gliserol

Plasticizer merupakan bahan tambahan pada pembuatan film dari polimer. *Plasticizer* akan mengurangi gaya intermolekul yang dapat menyebabkan peningkatan ruang molekul dan mobilitas dari biopolimer. Grup polar (-OH) di sekitar rantai *plasticizer* menyebabkan pengembangan ikatan hidrogen polimer-plastik yang menggantikan interaksi polimer-polimer pada film biopolimer. Peningkatan konsentrasi gliserol akan menghasilkan pengurangan interaksi intermolekul sehingga pergerakan dari rantai molekul akan turun.²⁰

Plasticizer adalah bahan yang digunakan untuk mengubah sifat dan karakteristik pembentukan plastik. Salah satu contoh dari *plasticizer* adalah gliserol. Hal ini dapat dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anita dkk (2010: 38) menyatakan bahwa variasi komposisi pati dan gliserol berpengaruh terhadap sifat mekanik dan kimia plastik *biodegradable*. Semakin besar konsentrasi *plasticizer* maka nilai sifat kuat tarik semakin menurun. Pada proses pembuatan plastik *biodegradable* diperlukan pula gliserol untuk meningkatkan sifat mekanik yang dimiliki. Penggunaan gliserol dalam pembuatan plastik *biodegradable* lebih unggul. Karena tidak ada gliserol yang menguap dalam proses pembuatan plastik

¹⁹ Erfan, Ahmad. "Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Kitosan". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia teknik kimia. (2012): h.18.

²⁰ Afifah Radhiyatullah. "Pengaruh Berat Pati dan Volume *Plasticizer* Gliserol Terhadap Karakteristik Film Bioplastik Pati Kentang". *Jurnal Teknik Kimia* 4, no. 3 (2015): h. 38.

sehingga memudahkan proses mekanis dan menjaga produk dari penguapan dibandingkan produk *plasticizer* lainnya. Gliserol sesuai digunakan sebagai pemlastis pada pembuatan plastik berbasis pati. Semakin besar nilai *plasticizer* maka prosentase *swelling* atau ketahanan terhadap air akan meningkat ²¹. Gliserol memiliki kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekular. Sifat gliserol dapat dilihat pada tabel berikut²²

Tabel 2.2. Sifat Fisik Kimia Gliserol


Sifat	Nilai
Tampilan fisik	Cair
Kemurnian	95-9,5 %
Titik didih	290 °C pada 1013 hPa
Densitas relative	1,26 pada 20 °C
Viskositas	1410 mPa s pada 20 °C
Tegangan Permukaan	63,4 Mn/m pada 20 °C

Gliserol atau 1,2,3- propanetriol merupakan senyawa organik dengan rumus kimia $\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$ yang hadir dalam bentuk ester (gliserida) pada semua hewan dan lemak serta minyak nabati pada asam palmitat dan oleat. Gliserol adalah senyawa yang netral, dengan sifat yang mudah menyerap air, rasa manis tidak berwarna, tidak berbau dan merupakan cairan kental dengan titik lebur 20°C dan memiliki titik didih yang tinggi yaitu 290°C. Senyawa ini dapat larut dengan air dan etanol, tetapi tidak dalam minyak. Sebaliknya, banyak zat dapat lebih mudah larut

²¹ Wardah dan Hastuti. pengaruh variasi komposisi gliserol dengan pati dari bonggol pisang, tongkol jagung, dan enceng gondok terhadap sifat fisis dan mekanis plastik *biodegradable*. *Jurnal Neutrino* 7, no. 2 (2015): h. 78.

²² Afifah Radhiyatullah. "Pengaruh Berat Pati dan Volume *Plasticizer* Gliserol Terhadap Karakteristik Film Bioplastik Pati Kentang". *Jurnal Teknik Kimia* 4, no. 3 (2015): h. 36.

dalam gliserol dibanding dalam air maupun alkohol, oleh karena itu gliserol merupakan jenis pelarut yang baik .²³



16

Gambar 2.5. Struktur gliserol

Karakteristik polimer yang terplastisasi dapat dilakukan dengan variasi *plasticizer* gliserol. *Plasticizer* berperan untuk meningkatkan sifat plastisitasnya yaitu sifat mekanis yang lunak, ulet dan kuat. Jika *plasticizer* mempunyai gaya interaksi dengan polimer, proses dispersi akan berlangsung dalam skala molekul dan terbentuk larutan polimer *plasticizer*. Konsentrasi yang ditambahkan berkisar 10-50% dari berat kering bahan dasar (bergantung kekuatan polimer). Konsentrasi gliserol yang tepat akan mempengaruhi karakteristik plastik *biodegradable*. Konsentrasi gliserol yang ditambahkan akan berbeda-beda bergantung pada bahan dasarnya.²⁴

E. Teknik Preparasi Plastik Biodegradable

Menurut Erfan (2013: 9-10), teknik preparasi plastik *biodegradable* dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Polimerisasi in situ interkalatif

Pada metode ini, polimer dibentuk diantara lapisan dengan mengembangkan kumpulan lapisan dalam monomer cair atau larutan monomer sehingga

²³ Eldo Sularto Marbun. "sintesis bioplastic dari pati ubi jalar menggunakan penguat logam ZnO dan penguat alami selulosa". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. (2012): h. 19.

²⁴ Sri hastuti Ningsih. "Pengaruh *Plasticizer* Gliserol terhadap Karakteristik *Edible film* Campuran Whey dan Agar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. (2015): h.

pembentukan polimer dapat terjadi antara lembar yang terinterkalasi 17

Pembentukan polimer dapat dimulai dengan panas, radiasi dan difusi.

2. Interkalasi larutan

Pada metode ini, didasarkan pada pengembangan sistem pelarut dimana biopolymer, seperti pati dan protein terlarut dan nano penguat anorganik (biasanya silikat). Pertama, silikat berlapis dikembangkan didalam suatu pelarut seperti air, kloroform atau toluene. Kedua, ketika biopolimer dan larutan nanopartikel yang mengembang dicampur, rantai polimer akan terinterkalasi dan menggantikan pelarut dalam interlayer dari silikat. Ketiga, setelah penghilangan pelarut, struktur yang telah terinterkalasi akan tertinggal dan akan membentuk biopolymer atau silikat berlapis bioplastik.

3. Melt intercalation

Pada metode ini tidak memerlukan penambahan pelarut. Silikat berlapis dicampur dengan matriks polimer dalam *molten state*, ikatan polimer akan bergerak perlahan-lahan kedalam ruang antar lapisan. proses penyebaran polimer kedalam galeri lapisan silikat menjadi bagian penting pada proses *melt intercalation*. *Melt intercalation* merupakan metode yang ramah lingkungan karena tidak digunakan pelarut organik yang nantinya akan menjadi limbah, sementara metode eksfoliasi, polimerisasi in situ interkalasi dan interkalasi larutan menggunakan pelarut tersebut, selain itu metode ini juga kompatibel dengan proses industry seperti pada *injection molding*. Pada metode ini, yaitu dengan cara memanaskan dan mendinginkan material. Hal inilah yang mendasari penelitian ini menggunakan metode

tersebut karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya.

F. Plastik Biodegradable

Biodegradable berasal dari kata *bio* dan *degradable*. *Bio* berarti hidup, sedangkan *degradable* berarti dapat diuraikan. Plastik *biodegradable* merupakan plastik yang digunakan layaknya seperti plastik sintetik, namun akan terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir air dan gas karbondioksida setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Plastik *biodegradable* adalah bahan yang mampu mengalami dekomposisi menjadi karbondioksida, metana, senyawa anorganik atau biomassa yang mekanismenya didominasi oleh aksi enzimatik dari mikroorganisme yang bias diukur dengan pengujian standar, dalam waktu spesifik, mencerminkan kondisi penggunaan yang tersedia.²⁵

Plastik merupakan polimer tinggi yang dibentuk dari proses polimerisasi. Menurut Shereve dan Brink, plastik didefinisikan sebagai materi yang bahan utamanya adalah molekul organik yang terpolimerisasi dengan bobot molekul tinggi. Produk akhirnya padat dan pada beberapa bagian tahap produksinya dapat dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Bahan kemasan ini memiliki berbagai keunggulan yakni fleksibel (dapat mengikuti bentuk produk), transparan (tembus pandang), tidak mudah pecah, bentuk laminasi (dapat dikombinasikan dengan kemasan bahan lain) tidak korosif dan harganya relatif murah.²⁶

²⁵ Fetty Anggarini. "Aplikasi plasticizer gliserol pada pembuatan plastik biodegradable dari biji nangka". Skripsi. Semarang: Universitas negeri Semarang. (2013): h.7

²⁶ Fauzi akbar, Pengaruh waktu simpan film plastik biodegradasi dari pati kulit singkong terhadap sifat mekanikalnya". *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 12.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat biodegradabilitas kemasan setelah kontak dengan mikroorganisme, yakni: sifat hidrofobik, bahan aditif, proses produksi, struktur polimer, morfologi dan berat molekul bahan kemasan. 19 terjadinya biodegradasi film kemasan pada lingkungan alam dimulai dengan degradasi kimia yaitu dengan proses oksidasi molekul, menghasilkan polimer dengan berat molekul yang rendah.²⁷

Plastik *biodegradable* adalah polimer plastik yang tersusun atas monomer organik yang terdapat pada pati, selulosa, protein dan mikroorganisme. Plastik *biodegradable* dapat digunakan seperti halnya dengan plastik konvensional tetapi akan hancur oleh aktivitas mikroorganisme dan menghasilkan air dan senyawa yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan ketika dibuang ke lingkungan. Karena terbuat dari bahan-bahan organik, plastik *biodegradable* bersifat ramah lingkungan. Berdasarkan bahan baku dari Plastik *biodegradable* dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok dengan bahan baku petrokimia dan kelompok dengan bahan baku biomassa seperti selulosa dan sari pati.²⁸

Biodegradabilitas plastik polimer terbuat dari bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui sangat rendah, sehingga perlu dibuat yang memiliki biodegradabilitas yang tinggi setelah dipakai dan dibuang ke lingkungan. Biodegradabilitas plastik, misalnya PHA (*polihidroksilalkanoat*) ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya faktor lingkungan, meliputi cuaca, iklim dan kelembaban udara. Faktor lainnya adalah temperatur, cahaya, pH, kandungan oksigen, kandungan

²⁷ Zulisma Anita, dkk. "Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradasi Dari Pati Kulit Singkong". *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h.38.

²⁸ Zulisma Anita, dkk. "Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradasi Dari Pati Kulit Singkong". *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h.37-38.

air dan keberadaan organisme pengurai. Komposisi plastik berhubungan dengan sifat biodegradabilitasnya. Kondisi permukaan (luas permukaan, hidrofob atau hidrofil), titik leleh, elastisitas dan kristalinitas mempunyai peranan penting dalam biodegradasi. Tanah yang mengandung bakteri dan fungi penghasil depolimerisasi plastik *biodegradable* mampu mendegradasi plastik tersebut dengan cara memutuskan rantai polimernya.²⁹

Berdasarkan bahan baku yang dipakai, plastik *biodegradable* dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dengan bahan baku petrokimia (*non-renewable resources*) dengan bahan aditif dari senyawa bioaktif yang bersifat *biodegradable*, dan kelompok kedua adalah dengan keseluruhan bahan baku dari sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*) seperti dari bahan tanaman pati dan selulosa serta hewan seperti cangkang atau dari mikroorganisme yang dimanfaatkan untuk mengakumulasi plastik yang berasal dari sumber tertentu seperti lumpur aktif atau limbah cair yang kaya akan bahan organik sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme³⁰

Menurut³¹ plastik *biodegradable* dapat dihasilkan melalui beberapa cara, salah satunya adalah biosintesis menggunakan bahan berpati atau berselulosa. Cara pembuatan *biodegradable plastic* yang berbasiskan pati antara lain:

²⁹ Fetty Anggarini. "Aplikasi plasticizer gliserol pada pembuatan plastik biodegradable dari biji nangka". Skripsi. Semarang: Universitas negeri Semarang. (2013): h.8-9.

³⁰ Nathiqo Al Ummah. "Uji Ketahanan *Biodegradable Plastic* Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap Air dan Pengukuran Densitasnya". Skripsi. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Semarang, (2013): h. 21.

³¹ Nathiqo Al Ummah. "Uji Ketahanan *Biodegradable Plastic* Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap Air dan Pengukuran Densitasnya". Skripsi. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Semarang, (2013): h. 22.

- a. Mencampur pati dengan plastik konvensional (PE atau PP) dalam jumlah kecil (10- 20%)
- b. Mencampur pati dengan turunan hasil samping minyak bumi, seperti PCL dalam komposisi yang sama (50%)
- c. Menggunakan proses ekstruksi untuk mencampur pati dengan bahan-bahan seperti protein kedelai, gliserol, alginate, lignin dan sebagainya sebagai bahan *plasticizer*.

G. Karakterisasi plastik

Karakterisasi sifat bioplastik yang akan diaplikasikan untuk kemasan n 21 karakterisasi sifat ketahanan bioplastik terhadap air, kuat tarik, uji *Biodegr* struktur morfologi dan fisiologi SEM (*scanning electron microscope*).

1. Sifat Ketahanan Terhadap Air

Sifat ketahanan plastik *biodegradable* terhadap air ditentukan dengan uji *swelling*, yaitu persentase pengembangan plastik oleh adanya air. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan yang terjadi dalam polimer serta tingkatan atau keteraturan ikatan dalam polimer yang ditentukan dengan presentase penambahan berat polimer setelah mengalami pengembangan. Proses terdifusinya molekul pelarut kedalam polimer akan menghasilkan gel yang mengembang.³²

2. Uji kuat tarik

Pengukuran Kuat tarik menggunakan alat *Universal Testing Machine* (UTM). Analisa sidik ragam menunjukkan adanya kombinasi interaksi perlakuan suhu dan

³² I Gede Sanjaya. “ Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol Pada Karakteristik Platik Biodegradable dari Pati Limbah Kulit Singkong”. *Jurnal Teknik Kimia*. (2010): h. 55

waktu pengeringan berpengaruh sangat nyata terhadap kuat tarik bioplastik. Pengaruh suhu dan waktu pengeringan terhadap elastisitas adalah semakin tinggi suhu dan waktu pengeringan maka akan mempengaruhi besarnya penguapan *plasticizer* dalam bahan. Besarnya kuat tarik atau kuat regang putus berhubungan erat dengan jumlah *plasticizer* yang ditambahkan pada proses pembuatan bioplastik. Dalam hal ini, semakin besar konsentrasi *plasticizer* yang menguap dari bahan maka bahan semakin kering dan mudah sobek sehingga tingkat elastisitas bahan tersebut akan se 22
menurun.³³

3. Uji Biodegradable

Uji biodegradable atau kemampuan biodegradasi plastik dilakukan untuk mengetahui pengaruh alam terhadap plastik dalam jangka waktu tertentu, sehingga akan diperoleh persentasi kerusakan. Selanjutnya, dapat diperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh plastik untuk terurai di alam secara sempurna.³⁴ salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui sifat plastik yang dihasilkan adalah uji *biodegradable*. Uji ini menunjukkan bahwa plastik tersebut terdegradasi secara sempurna dalam jangka waktu yang cukup singkat. Ditinjau dari persen hilangnya berat plastik yang mencapai 100%.

4. Scanning Electron Microscopy (SEM)

³³ Arif Wahyu Utomo, dkk. "Pengaruh suhu dan lama pengeringan terhadap karakteristik fisikokimiawi plastik *biodegradable* dari komposit pati lidah buaya (*aloe vera*)-kitosan". *Jurnal Bioproses Komoditas Tropis* 1, no. 1(2013): h. 75

³⁴ Fetty Anggarini. "Aplikasi *plasticizer* gliserol pada pembuatan plastik biodegradable dari biji nangka". Skripsi. Semarang: Universitas negeri Semarang. (2013): h.18.

Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bagaimana morfologi dari plastik *biodegradable* yang terbentuk.³⁵ Pada *Scanning Electron Microscopy* (SEM) gambar dibentuk oleh berkas elektron yang sangat halus yang difokuskan pada permukaan material. Perbesaran dihasilkan dari perbandingan luas area sampel yang discan terhadap luas area layar monitor. Tujuan dari perbesaran yang lebih kecil (perbesaran 10.000 kali) adalah untuk mengetahui bentuk morfologi sampel secara global. Jika morfologinya menunjukkan keseragaman maka dapat dilakukan peningkatan perbesaran (misal 20.000 kali) dengan men-scan berkas elektron terhadap luas permukaan sampel yang cukup sempit. Berdasarkan hal ini dapat diperoleh data-data morfologi yang dianggap dapat mewakili morfologi sampel secara keseluruhan. Hasil ini sesuai dengan estimasi ukuran dengan menggunakan estimasi ukuran kristal ZnO adalah 31 nm³⁶.

Komponen utama dari alat *Scanning Electron Microscopy* (SEM) terdiri dari tiga pasang lensa-lensa elektromagnetik yang berfungsi memfokuskan berkas elektron menjadi sebuah titik kecil, kemudian dua pasang *scan coil* discan-kan dengan frekuensi variabel pada permukaan sampel. Semakin kecil berkas difokuskan semakin besar resolusi lateral yang dicapai. Kesalahan fisika pada lensa-lensa elektromagnetik berupa astigmatismus dikoreksi oleh perangkat stigmator. *Scanning Electron Microscopy* (SEM) tidak memiliki sistem koreksi untuk kesalahan aberasi

³⁵ I Gede Sanjaya. “ Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol Pada Karakteristik Plastik Biodegradable dari Pati Limbah Kulit Singkong”. *Jurnal Teknik Kimia*. (2010): h. 54.

³⁶ I Gede Sanjaya. “ Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol Pada Karakteristik Plastik Biodegradable dari Pati Limbah Kulit Singkong”. *Jurnal Teknik Kimia*. (2010): h. 54.

lainnya. Sumber elektron, biasanya berupa filamen dari bahan kawat tungsten atau berupa jarum dari paduan Lantanum Hexaboride LaB6 atau Cerium Hexaboride CeB6 yang dapat menyediakan berkas elektron yang teoretis memiliki energi tunggal (monokromatik). Imaging detector, yang berfungsi mengubah sinyal elektron menjadi gambar, sesuai jenis elektronnya, terdapat dua jenis detektor dalam *Scanning Electron Microscopy* (SEM) ini, yaitu detektor SE dan detektor BSE.³⁷

5. *Fourier Transform Infrared (FT-IR)*

FT-IR merupakan metode yang menggunakan spektroskopi inframerah. Pada spektroskopi inframerah radiasi inframerah dilewatkan pada sampel. Sebagian radiasi inframerah diserap oleh sampel dan sebagian lagi dilewatkan/ ditransmisikan. Hasil dari spektrum merupakan besarnya absorbsi molekul dan transmisi yang membentuk sidik jari molekul dari suatu sampel. Seperti sidik jari pada umumnya, struktur sidik jari pada spektrum inframerah yang dihasilkan tidak ada yang sama. Inilah yang membuat spektroskopi inframerah berguna untuk berbagai jenis analisis. Manfaat informasi atau data yang dapat diketahui, menentukan kualitas sampel dan menentukan banyaknya komponen dalam suatu campuran.³⁸

FTIR memiliki banyak keunggulan diantaranya yaitu lebih cepat karena pengukuran dilakukan secara serentak (simultan), serta mekanik optik lebih sederhana dengan sedikit komponen yang bergerak. Jika sinar inframerah dilewatkan melalui sampel senyawa organik, maka terdapat sejumlah frekuensi yang diserap dan ada yang diteruskan atau ditransmisikan tanpa diserap. Serapan cahaya oleh molekul

³⁷ I Gede Sanjaya. “ Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol Pada Karakteristik Plastik Biodegradable dari Pati Limbah Kulit Singkong”. *Jurnal Teknik Kimia*. (2010): h. 54.

³⁸ Eldo Sularto Marbun. “sintesis bioplastic dari pati ubi jalar menggunakan penguat logam ZnO dan penguat alami selulosa”. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. (2012): h. 23.

tergantung pada struktur pada struktur elektronik dari molekul tersebut. Molekul yang menyerap energi tersebut terjadi perubahan energi vibrasi dan perubahan tingkat energi rotasi. Pada suhu kamar, molekul senyawa organik dalam keadaan diam, setiap ikatan mempunyai frekuensi yang karakteristik untuk terjadinya vibrasi ulur (*stretching vibrations*) dan vibrasi tekuk (*bending vibrations*) dimana sinar inframerah dapat diserap pada frekuensi tersebut. Energi ulur (*stretch*) suatu ikatan lebih besar daripada energi tekuk (*bend*) sehingga serapan ulur suatu ikatan muncul pada frekuensi lebih tinggi dalam spektrum inframerah daripada serapan tekuk dari ikatan yang sama.

24



Gambar 2.5. *FTIR Instrument*

Kegunaan dari spektrum inframerah adalah memberikan keterangan mengenai molekul. Serapan tiap tipe ikatan (N-H, C-H, O-H, C-X, C=O, C-O, C=C, C-C, C=N,

dan sebagainya) hanya dapat diperoleh dalam bagian-bagian kecil tertentu dari daerah vibrasi inframerah. Kisaran serapan yang kecil dapat digunakan untuk menentukan setiap tipe ikatan³⁹.

Hampir semua senyawa, termasuk senyawa organik menyerap dalam daerah inframerah, agar senyawa bentuk padat dapat dianalisis pada daerah inframerah, maka senyawa tersebut harus dibuat film, dilebur, atau dilumatkan menjadi cairan yang kental (*mull*), di dispersikan dalam senyawa halida organik menjadi cakram atau pellet, atau dilarutkan dalam berbagai pelarut. Polimer organik dibuat film diantara dua lempengan garam setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok.

Menurut⁴⁰ daerah spektra IR dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Daerah frekuensi gugus fungsional yaitu daerah yang terletak pada daerah radiasi 4000-1400 cm^{-1} . Pita-pita absorpsi pada daerah ini utamanya disebabkan oleh vibrasi dua atom, sedangkan frekuensinya karakteristik terhadap massa atom yang berikatan dan konstanta gaya ikatan.
- b. Daerah fingerprint yaitu daerah yang terletak pada 1400-400 cm^{-1} . Pita-pita absorpsi pada daerah ini berhubungan dengan vibrasi molekul secara keseluruhan. Setiap atom dalam molekul akan saling mempengaruhi sehingga dihasilkan pita-pita absorpsi yang khas untuk setiap molekul.

³⁹ Septi Puji Handayani. "Pembuatan Biodiesel dari Minyak Ikan dengan Radiasi Gelombang Mikro". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

⁴⁰ Septi Puji Handayani. "Pembuatan Biodiesel dari Minyak Ikan dengan Radiasi Gelombang Mikro". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Oleh karena itu, pita-pita pada daerah ini dapat dijadikan sarana identifikasi molekul yang tak terbantahkan.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan juni sampai bulan september 2017 di Laboratorium Anorganik, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Laboratorium Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan adalah FT-IR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) (*thermo*), SEM (*scanning electron microscope*), alat kuat tarik (*tensile*

strength instrument), oven (*mammert*), *shift shaker* (Retsch), neraca analitik (*kern*), *hot plate* (*maspion*), *magnetic stirrer*, termometer, gelas kimia 1000 mL, gelas kimia 100 mL, gelas ukur 100 mL, cawan petri, cetakan *flexiglass*, spatula besi, dan spatula kaca.

2. Bahan

Bahan yang digunakan yaitu aquades (H_2O), gliserol, pati kulit singkong dan seng oksida (ZnO).

27

C. Prosedur kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini adalah

1. preparasi pati kulit singkong

Pertama-tama mengupas kulit singkong, kemudian mengambil dan membersihkan bagian kulit singkongnya yang berwarna putih. Selanjutnya kulit singkong yang sudah bersih kemudian di keringkan di bawah sinar matahari 3-4 hari. Setelah kering kulit singkong tersebut 26 g kecil-kecil untuk mempermudah proses penghancuran. Proses penghalusan pati singkong dilakukan dengan alat blender. Tepung kulit singkong yang telah di blender sampai halus kemudian di saring menggunakan ayakan 100 mesh sehingga menghasilkan tepung kulit singkong yang kering. Setelah didapatkan matriks pati yang diinginkan, selanjutnya dilakukan pembuatan bioplastik.⁴¹

2. Pembuatan bioplastik

Pembuatan bioplastik dilakukan dengan cara menimbang terlebih dahulu tepung pati kulit singkong masing-masing sebanyak 5 gram. Selanjutnya

⁴¹ Erfan, Ahmad. "Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Kitosan". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia teknik kimia. (2012): h.37.

memasukkan ZnO dengan variasi masing-masing 6%, 9% dan 12% dan gliserol 15%, 25% dan 35% kedalam masing-masing gelas kimia 100 mL yang berisi aquades dengan volume 100 mL. Kemudian meletakkan gelas kimia yang berisi campuran ZnO, gliserol. Selanjutnya menambahkan pati kulit singkong sebanyak 5 gram pada masing-masing gelas kimia yang berisi campuran ZnO, gliserol dan aquades sambil dilakukan pengadukan menggunakan magnetik stirrer. Kemudian memanaskan gelas kimia yang berisi campuran larutan pada *hot plate* selama 40 menit sambil di aduk dengan suhu 80-90° C. Kemudian menuang larutan tersebut pada cetakan *flexiglass* berukuran 20 x 20 cm yang selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 60-70° C selama 5 jam. Mengeluarkan campuran dari oven, kemudian di letakkan pada ruang yang telah bersi lampu 5 watt untuk melanjutkan pemanasan selama 1 hari. lalu membiarkannya dalam suhu ruang hingga campuran dapat dilepaskan dari cetakan.⁴²

3. Pengujian ketahanan terhadap air

Prosedur uji ketahanan bioplastik terhadap air yaitu berat awal sampel yang akan diuji ditimbang (W_0). Kemudian isi satu gelas kimia dengan aquades. Letakkan sampel plastik ke dalam wadah tersebut. Setelah 10 detik angkat dari dalam wadah berisi aquades, timbang berat sampel (W) yang telah direndam dalam wadah. Rendam kembali sampel ke dalam wadah tersebut, angkat sampel tiap 10 detik, timbang berat sampel. Lakukan hal yang sama hingga diperoleh berat akhir sampel yang konstan dan menghitung presentase air yang diserap film plastik tersebut.⁴³

⁴² Erfan, Ahmad. "Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Kitosan". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia teknik kimia. (2012): h.38.

⁴³ Nathiqo Al Ummah. "Uji Ketahanan *Biodegradable Plastic* Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap Air dan Pengukuran Densitasnya". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Semarang, (2013): h. 47.

Pengujian ketahanan terhadap air dilakukan pada tiga sampel terbaik dari hasil uji kuat Tarik. Sampel dipotong kecil dengan ukuran 3x4 cm. pengujian sampel dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan pada tiap sampel terbaik dari kuat Tarik. Prosedur pengujiannya adalah sampel ditimbang sebelum diberi pengujian (W_0). Kemudian sampel dimasukkan kedalam gelas kimia 1000 mL yang berisi aquades 200 mL. Setelah itu sampel diangkat dan di bersihkan air yang terdapat dipermukaan sampel dengan tissue. Selanjutnya, sampel ditimbang nilai ketahanan air dengan menggunakan persamaan 3.1

$$A = \frac{W_1 - W_0}{W_0} \times 100\% \quad (3.1) \quad 29$$

Keterangan:

- A = Nilai presentasi ketahanan air
 W_0 = Berat plastik sebelum pengujian
 W_1 = Berat plastik sesudah pengujian

4. Uji kekuatan tarik bioplastik

Kekuatan tarik merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai sampel bioplastik tetap bertahan sebelum putus (sobek). Kekuatan tarik sampel bioplastik diuji dengan digital gauge HF 500. Sampel bioplastik dipotong dengan ukuran 8 x 3 cm kemudian sampel bioplastik dijepit 1,5 cm dikedua sisi panjangnya. Nilai kekuatan tarik dibaca setelah penarikan sampel.⁴⁴

5. Analisis dengan SEM (*scanning electron microscopy*)

Struktur morfologi bioplastik dianalisis menggunakan SEM (*scanning electron microscopy*). Sampel dipotong dengan ukuran yang kecil dan diletakkan

⁴⁴ Sri hastuti Ningsih. "Pengaruh *Plasticizer* Gliserol terhadap Karakteristik *Edible film* Campuran Whey dan Agar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. (2015): h. 13-14.

pada karbon tape. Setelah itu sampel tersebut di *coating* menggunakan pl
Kemudian dianalisis menggunakan SEM (*scanning electron microscopy*).

6. Analisis dengan FT-IR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)

Spektrum FT-IR dari bioplastik pati kulit singkong/ZnO dianalisis dengan menggunakan alat FT-IR. Analisis FT-IR dari bioplastik digunakan untuk mengidentifikasi interaksi ZnO sebagai penguat terhadap pati kulit singkong sebagai matriksnya. Dibuat pelet dari bioplastik tersebut menggunakan alat press dan di pre-vakum selama 2-3 menit. Dipress dengan pompa hidrolis kemudian mengambil pelet tersebut dan diletakkan pada sampel holder yang kemudian ditempatkan pada lintasan sinar IR. Melakukan pengukuran dan mengamati grafik yang terbentuk. Pengujian FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus fungsi dalam plastik *Biodegradable*. Spektrum yang dihasilkan FTIR berupa inframerah yang ditransmisikan melewati sampel, kemudian dibaca detector dengan intensitas sebagai fungsi gelombang. Sampel yang diuji berupa lembaran plastik *Biodegradable* adalah hasil terbaik dari uji kuat tarik dengan ukuran 3x4 cm.

7. Uji biodegradabilitas bioplastik

Uji biodegradabilitas dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sampel film plastik sampai mengalami degradasi. Uji biodegradabilitas yang dipilih yaitu mengendalikan mikroorganisme tanah sebagai pembantu proses degradasi atau yang disebut dengan teknik *soil burial test*. Sampel berukuran 3 x 4 cm ditempatkan dan ditanam dalam pot yang telah terisi tanah, sampel dibiarkan terkena udara terbuka. Pengamatan terhadap sampel dilakukan dalam rentang waktu tiga hari sekali

hingga sampel mengalami degradasi secara sempurna.⁴⁵ Sebelum dikubur dalam tanah plastik biodegradable ditimbang terlebih dahulu.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pembuatan Pati Kering

sampel kulit singkong dibersihkan kemudian dijemur sampai kering dengan sinar matahari selama 4 hari setelah itu diblender sampai halus kemudian diayak sehingga diperoleh pati kering.

2. Pembuatan bioplastik

Plastik biodegradable dibuat dengan pencampuran seng oksida (ZnO) dan gliserol dengan berat pati masing-masing 5 gram dalam 100 mL aquades. Di mana

⁴⁵ Nathiqo Al Ummah. "Uji Ketahanan *Biodegradable Plastic* Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap Air dan Pengukuran Densitasnya". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Semarang, (2013): h. 50.

hasil yang diperoleh dari berbagai komposisi berupa lembaran plastik yang berwarna putih.

3. Karakterisasi plastik biodegradable

a. Uji Kuat Tarik Bioplastik

Plastik *biodegradable* yang telah dibuat kemudian diuji kekuatan tariknya menggunakan alat kuat Tarik menggunakan metode ASTM D638-02A-2002. Hasil uji kuat Tarik ditunjukkan pada **Table 4.1**.

32

Table 4.1 Uji Kuat Tarik (N/mm²) pada Kulit Singkong dengan Berat Pati 5 gram

No	Seng oksida (%)	31	50	Kuat Tarik (N/mm ²)
1	6	25		2,608
		35		1,545
		15		0,720
2	9	25		2,241
		35		1,141
		15		0,573
3	12	25		1,757
		35		0,849
		15		0,479

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuat Tarik yang terbaik adalah Pada konsentrasi gliserol 15% dan konsentrasi ZnO 6% dengan nilai kuat Tarik sebesar 2,608 (N/mm²). Nilai kuat Tarik bioplastik mengalami penurunan seiring penambahan konsentrasi penguat logam ZnO. Semakin tinggi konsentrasi penguat logam ZnO nilai kuat Tarik bioplastik akan semakin menurun. Jadi, pengaruh penambahan penguat logam ZnO dan *plasticizer* gliserol menunjukan dua sifat yang berbanding lurus.

b. Uji Ketahanan Terhadap Air

Uji ketahanan terhadap air dilakukan pada tiga sampel yang terbaik dari hasil uji kuat Tarik. Hasil uji ketahanan terhadap air ditunjukkan pada **Table 4.2**.

33

Table 4.2 Uji Ketahanan Terhadap Air Pada Kulit Singkong Konsentrasi Gliserol 15%

No	Seng oksida (%)	Persen ketahanan air (%)
1	6	58,222
2	9	47,320
3	12	45,432

Dari **Tabel 4.2** menunjukkan bahwa Pegujian ketahanan terhadap air dilakukan pada tiga sampel terbaik dari hasil uji kuat Tarik dengan ukuran 3x4 cm. Hasil terbaik dari pengujian ini sebesar 58,222 % dengan konsentrasi Gliserol 15% dan ZnO 6%.

c. Analisis FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)

Table 4.3 Analisis FTIR pada Kulit Singkong dengan berat pati 5 gram

No	Bilangan Gelombang (cm^{-1})	Gugus Fungsi	Bioplastik
1	3700-3100	Regang OH dengan penyerapan air	Ada
2	2700-1850	Regang ikatan ganda tiga(alkuna)	Ada

Dari **Tabel 4.3** menunjukkan hasil analisis FT-IR pada bilangan gelombang 3700-3100 berupa regang OH dan bilangan gelombang 2700-1850 berupa alkuna.

d. Uji Biodegradabilitas bioplastik

34

uji biodegradabilitas bioplastik dilakukan pada tiga sampel yang terbaik hasil uji kuat Tarik. Hasil uji biodegradabilitas bioplastik ditunjukkan paa table 4.4.

Table 4.4 Uji Biodegradable pada Kulit Singkong Konsentrasi Gliserol 15%

Sampel	Berat sampel (gram)			
	ZnO (%) Hari ke 0	Hari ke 3	Hari ke 6	Hari ke 9
6	0.204	0.150	0.130	0.124
9	0.251	0.197	0.164	0.143
12	0.324	0.261	0.199	0.198

Dari **Tabel 4.4** menunjukkan bahwa Pegujian biodegradable dalam tanah dilakukan selama 9 hari dan dari hari ke hari mengalami perubahan bobot bioplastik yang semakin menurun.

e. Analisis SEM (*scanning electron microscopy*)

Analisis SEM dilakukan untuk mengetahui struktur morfologi permukaan sampel plastik *biodegradable* dimana diperoleh hasil analisis menunjukkan adanya gumpalan putih pada plastik.

B. Pembahasan

1. Pembuatan Plastik *Biodegradable*

Pada pembuatan plastik *biodegradable* dengan berbagai konsentrasi untuk mengetahui konsentrasi optimum dari bahan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan 3 variasi konsentrasi gliserol yaitu 15%, 25% dan 35% dan tiga variasi konsentrasi ZnO yaitu 6%, 9% dan 12%. Hasil plastik berupa lembaran berwarna coklat dan transparan namun terdapat beberapa gelembung udara setelah dilakukan pengeringan dalam oven. Gelembung udara diakibatkan karena pada pemanasan digunakan suhu 80-90 °C. hal tersebut diakibatkan pelarut mencapai titik didihnya. Plastik yang dihasilkan elastis dan pada saat sudah kering plastik agak sulit dilepaskan dari cetakan karena sifat dari pati itu sendiri lengket.

Pelarut yang digunakan adalah aquades. Pemilihan pelarut ini karena aman, murah, tersedia dalam jumlah besar dan tidak beracun. Penggunaan aquades tanpa bahan pemlastis akan menurunkan sifat mekanis plastik dan sifat rapuh karena proses rekristalisasi yang terjadi rendah. Penggunaan pemlastis seperti gliserol lebih unggul karena tidak ada gliserol yang menguap dalam proses sehingga memudahkan proses mekanis. Hal ini disebabkan karena titik didih gliserol yang cukup tinggi yaitu 290 °C, sehingga gliserol cukup sesuai digunakan sebagai pemlastis pada pembuatan plastik berbasis pati. Konsentrasi gliserol sangat berpengaruh pada perubahan mekanis plastik *biodegradable* pada saat pemanasan ini menentukan tingkat gelatinasi hingga mampu terplastisasi. Dengan penambahan Konsentrasi gliserol menyebabkan ikatan

hidrogen antar molekul penyusun plastik mulai hilang sehingga struktur kimia plastik kurang padat dan menghasilkan nilai kuat tarik yang rendah


2. Karakterisasi plastik

Karakterisasi sifat bioplastic yang akan diaplikasikan untuk kemasan meliputi karakterisasi kuat tarik, sifat ketahanan terhadap air, FTIR, Struktur Morfologi dan fisiologi SEM dan uji biodegradabilitas.

a. Uji Kuat Tarik

pengujian kuat Tarik dilakukan di BBIHP yang menggunakan pengujian ASTM D638-02a-2002. Sampel yang dianalisis menggunakan ukuran 8 x 3 cm. hasil uji kuat Tarik ditunjukkan pada **Gambar 4.1**.

36

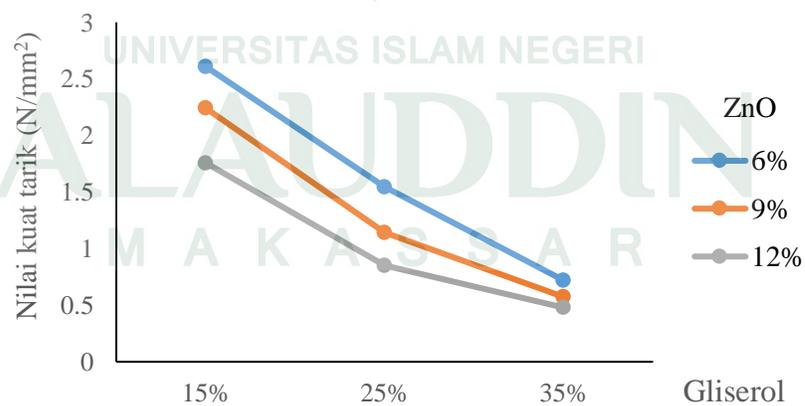

Gambar 4.1 Uji Kuat Tarik pada Kulit Singkong

Pada pengujian kuat Tarik bertujuan untuk mengetahui karakteristik sifat mekanik bioplastik berbahan dasar kulit singkong pada konsentrasi gliserol dan ZnO yang berbeda-beda. Sifat mekanik bioplastik dipengaruhi oleh besarnya jumlah kandungan komponen-komponen penyusun bioplastik yaitu pati, gliserol dan ZnO. Gliserol sebagai *plasticizer* dapat memberikan sifat elastis pada plastik dan ZnO menyebabkan plastik menjadi lebih kuat. Faktor penting yang mempengaruhi sifat mekanik bahan bioplastik adalah afinitas antara komponen penyusunnya. Afinitas merupakan suatu fenomena atom atau molekul tertentu memiliki kecenderungan untuk bersatu dan berikatan. Semakin meningkat afinitas, semakin banyak terjadi interaksi antar molekul. Kekuatan suatu bahan dipengaruhi oleh ikatan kimia penyusunnya. Perubahan konsentrasi ZnO dan gliserol juga menyebabkan perubahan mekanik dari plastik *biodegradable*.

Dari hasil pengujian ini berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat Pada **Tabel 4.1** dan **Gambar 4.1** bahwa penambahan konsentrasi ZnO dan gliserol dengan matriks pati kulit singkong memberikan pengaruh yang berbeda pada kuat Tarik. Nilai kuat Tarik yang tinggi terdapat pada semua sampel yang mendapat perlakuan konsentrasi 15% gliserol. Dalam hal ini, semakin besar konsentrasi *plasticizer* yang ditambahkan pada bahan maka bahan semakin kering dan mudah sobek sehingga tingkat elastisitasnya akan semakin menurun. Penurunan nilai kuat Tarik dikarenakan dengan penambahan volume gliserol akan menurunkan kemampuan dispersi dari padatan sehingga menghasilkan sifat fisik yang lemah terhadap plastik.⁴⁶ Dari hasil tersebut

⁴⁶ Radhiyatullah, Afifah. "Pengaruh Berat Pati dan Volume *Plasticizer* Gliserol Terhadap Karakteristik Film Bioplastik Pati Kentang". *Jurnal Teknik Kimia* 4, no. 3 (2015): h. 38.


dapat dilihat bahwa penambahan penguat logam ZnO tidak terlalu berpengaruh terhadap sifat kekuatan Tarik bioplastik.

Hasil yang diperoleh hamper sama dengan penelitian Ningsih (2015:23) dimana menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi gliserol akan menurunkan kekuatan taik bioplastik. Hal ini disebabkan karena gliserol memiliki berat molekul rendah sehingga akan lebih mudah masuk ke rantai polimer polisakarida dan meningkatkan fleksibilitas bioplastik.

c. Uji Ketahanan Terhadap Air

Pengujian ketahanan terhadap air dilakukan pada sampel bioplastik dengan ukuran 2 x 3 cm terdiri dari sampel I, sampel II dan sampel III dengan cara dicelupkan dalam aquades secara berulang-ulang setiap 2 menit sampai diperoleh bobot konstan. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada **Gambar 4.2**.

38

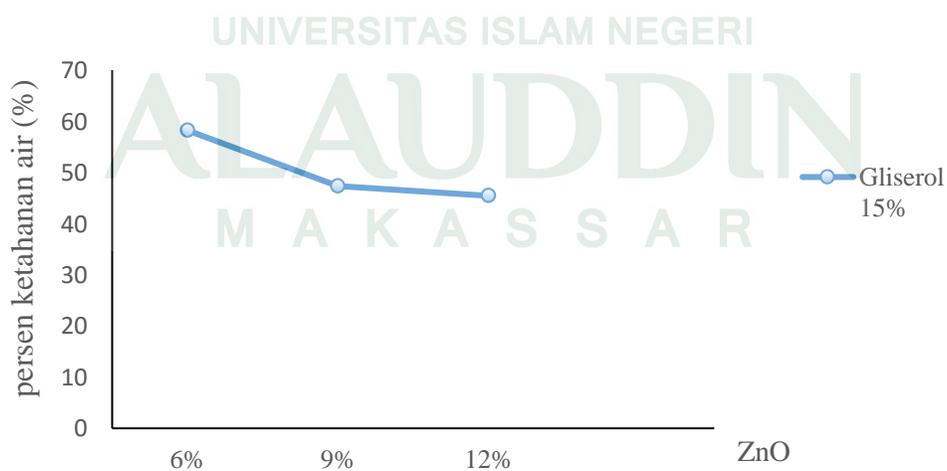

Gambar 4.2 Hasil Uji Ketahanan Terhadap Air pada Kulit Singkong

Uji ketahanan terhadap air dilakukan untuk mengetahui seberapa besar daya serap bioplastik tersebut terhadap air. Pada plastik *biodegradable* yang dihasilkan diharapkan daya serap bioplastik tersebut terhadap air harus rendah. Sifat ketahanan terhadap air ditentukan dengan uji swelling, yaitu prosentase penggebugan film oleh adanya air⁴⁷. Uji ketahanan terhadap air yang diperoleh dapat dilihat pada **Tabel 4.2** bahwa hasil perhitungan masing-masing sampel yaitu I (58,222 %), sampel II (47,320 %) dan sampel III (45,432 %) . dari **Gambar 4.2** dapat diketahui 39 ketahanan terhadap air yang terbaik yaitu pada sampel I yaitu 58,222 %. Hasil diperoleh mendekati dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Anggarini (2013) yang dimana hasil uji ketahanan terhadap air diperoleh 70,06% - 79,02%.

Gliserol sebagai *plasticizer* memang menambah kelenturan plastik. Namun juga ruang kosong yang semakin bertambah juga seiring dengan bertambahnya gliserol, maka akan meningkatkan celah untuk dapat ditempati oleh molekul-molekul air. Hal ini menunjukkan bahwa plastik bersifat hidrofilik. Jadi Penambahan gliserol juga menambah sifat hidrofilik plastik yang dibuat. Sifat ketahanan terhadap air suatu molekul berhubungan dengan sifat dasar molekul penyusunnya dimana bahan pati yang digunakan saat ini adalah bersifat hidrofilik.

c. Uji Biodegradabilitas Bioplastik


Pengujian biodegradabilitas dilakukan pada sampel bioplastik dengan ukuran 3 x 4 cm terdiri dari sampel I, sampel II dan sampel III. Ketiganya diuji kecepatan penguraiannya dengan cara dikuburkan dalam tanah selama 9 hari dan sampel

⁴⁷ Sanjaya, I Gede. “ Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol Pada Karakteristik Platik Biodegradable dari Pati Limbah Kulit Singkong”. *Jurnal Teknik Kimia*. (2010): h. 55.

tersebut di control bobotnya setiap 3 hari sekali. Berat awal masing-masing sampel yaitu sampel I (0,204 gram), sampel II (0,251 gram) dan sampel III (0,35 gram).

Hasil pengukuran berat sampel pada hari ke-3 masing-masing yaitu 0.150 gram, 0.197 gram dan 0.261 gram. Hasil pengukuran berat sampel pada hari ke-6 masing-masing diperoleh 0.130 gram ,0.164 gram dan 0.199 gram. Hasil pengukuran berat sampel pada hari ke-9 masing-masing diperoleh 0.124 gram, 0.143 gram dan 0.198 gram. Pada hari ke-3 sampai hari ke-9 sampel terus mengalami penurunan bobot, ini dikarenakan sampel telah mengalami degradasi sebagian hal ini ditandai dengan perubahan bentuk dari lembaran plastic yang utuh berubah menjadi plastic yang hancur sebagian pada hari ke-9. Hasil pengukuran kecepatan penguraian dapat dilihat pada **Gambar 4.3** berikut ini.

40

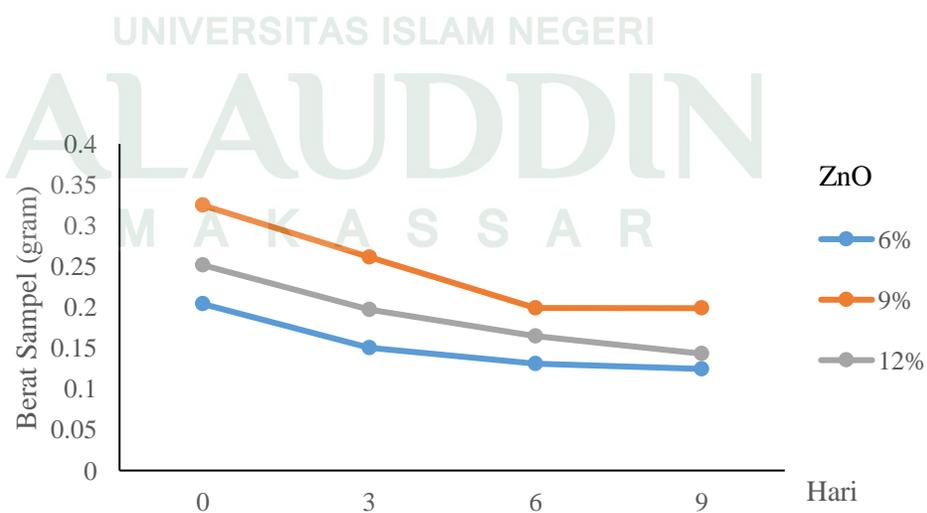

Gambar 4.3 Uji Biodegradabilitas pada Kulit Singkong


Pada **Gambar 4.3** dapat dilihat bahwa plastik biodegradable mengalami degradasi hal ini ditandai dengan seiring berkurangnya bobot sampel dari hari ke-3 sampai dengan hari ke-9 mengalami penurunan. Dari hasil menunjukkan bahwa kecepatan penguraian plastik *biodegradable* paling cepat yaitu pada sampel III. Dari data hasil perhitungan kecepatan penguraian diperoleh masing-masing sampel yaitu pada sampel I (73,83%) dengan waktu degradasi 11 hari, pada sampel II (78,38%) dengan waktu degradasi 12 hari dan pada sampel III (80,58%) dengan waktu degradasi 11 hari. Hasil yang diperoleh lebih baik dari penelitian sebelumnya dilakukan oleh erfani (2012), dimana hasil uji biodegradabilitas yang diperoleh yaitu 61,54- 65,64 %.

Pada pengujian *biodegradable* bertujuan untuk mengetahui laju degradasi bioplastik sehingga dapat diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bioplastik hingga terurai. Setelah uji biodegradabilitas, plastiknya berlubang yang akan dipengaruhi oleh mikro polimer dan mengakibatkan plastik menjadi rapuh. Gliserol mempunyai kemampuan untuk mengikat kelembaban dari udara, sehingga dalam penelitian ini plastik yang dihasilkan lebih cepat terdegradasi. Polimer dari pati yang mempunyai gugus OH akan terdekomposisi menjadi potongan-potongan kecil hingga terurai dalam tanah. Polimer akan terdegradasi karena proses kerusakan atau penurunan mutu karena putusya ikatan rantai pada polimer.⁴⁸ dalam penelitian pimpan, dkk (2001) menunjukkan bahwa plastik yang dihasilkan mampu terurai 100% dalam waktu yang singkat.

⁴⁸ Eldo Sularto Marbun. "sintesis bioplastic dari pati ubi jalar menggunakan penguat logam ZnO dan penguat alami selulosa". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia. (2012): h. 78.

d. Analisis FTIR (*Fourier Transform Infrared*)

FTIR dari bioplastik bertujuan untuk mengidentifikasi seng oksida (ZnO) sebagai penguat terhadap pati kulit singkong sebagai matriksnya. Hasil analisis menggunakan FTIR dapat dilihat pada **Gambar 4.4** sebagai berikut.

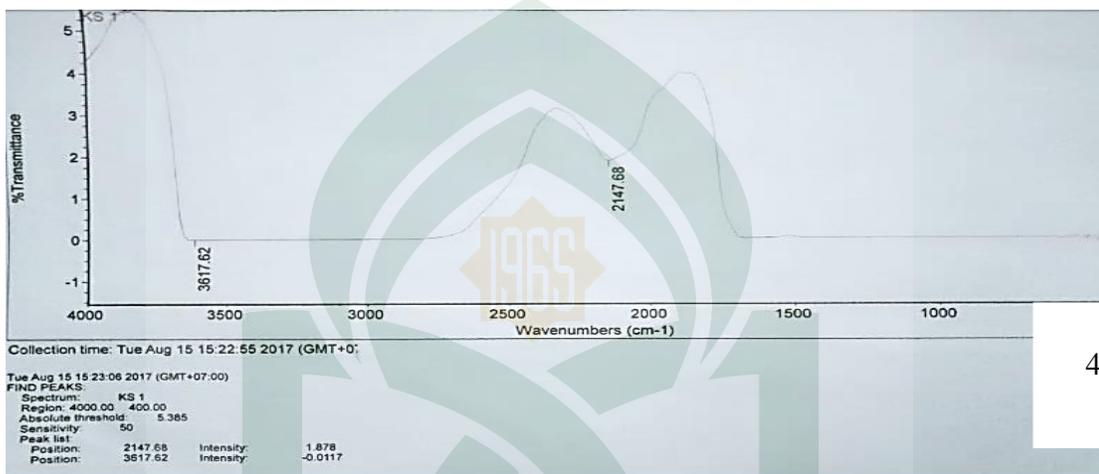

42

Gambar 4.4 Spektrum FTIR Kulit Singkong

FTIR merupakan salah satu alat instrumen untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa. Analisis gugus fungsi plastik *biodegradable* dari kulit singkong ditunjukkan melalui **Gambar 4.4** menunjukkan data hasil spektrum IR dari pati dengan konsentrasi ZnO 6% dan Gliserol 15% terlihat bahwa regangan gugus OH yang terdapat pada bilangan panjang gelombang pada 3617.62 cm^{-1} puncaknya semakin melebar seiring dengan bertambahnya gliserol. Demikian juga yang terjadi pada panjang gelombang pada 2147.68 cm^{-1} merupakan regangan gugus $\text{C}\equiv\text{C}$. pelebaran puncak yang dilewatkan menunjukkan bahwa masing-masing komponen dengan gugus fungsinya mengalami interaksi yang baik sehingga semakin menghilangkan gugus fungsi aktif yang sebelumnya masih ada pada pati, gliserol, dan ZnO. Hasil spektrum yang didapatkan memiliki kemiripan dengan


spektrum penelitian marbun (2012). Menunjukkan spektrum bioplastik pada panjang gelombang $3605,57 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan adanya gugus OH. Banyaknya gugus OH pada bioplastik sangat memungkinkan untuk berikatan dengan air. Kemampuan dari gugus tersebut dalam mengikat molekul-molekul air yang berasal dari lingkungan mengakibatkan mikroorganisme yang dapat memasuki matriks plastik juga semakin banyak seiring dengan semakin tingginya intensitas gugus-gugus yang bersifat hidrofilik.

e. Analisis SEM (*scanning electron microscopy*)

Aanalisis SEM bertujuan untuk melihat struktur morfologi dari permukaan sampel dari bioplastik dan memeriksa aglomerasi penguat seng oksida (ZnO) dalam matriks.

Hasil analisis menggunakan *scanning electron microscopy* (SEM) dapat dilihat pada **Gambar 4.5** sebagai berikut.

43

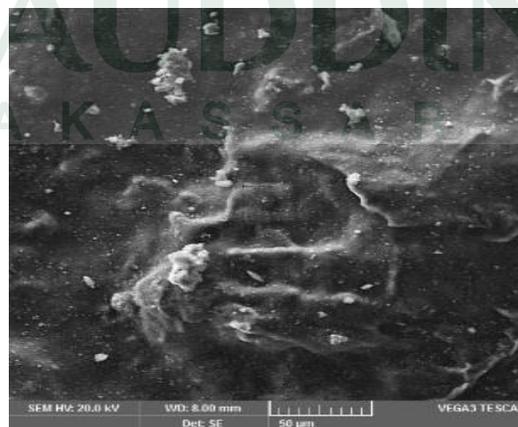

Gambar 4.5 hasil SEM perbesaran 1.00 kali- 5.00 kali

Pada **Gambar 4.5** menunjukkan hasil SEM dengan perbesaran 1.00 - 5.00 kali yang terlihat terdapat bintik-bintik putih yang merupakan partikel dari ZnO hal ini menunjukkan bahwa partikel ZnO mengalami aglomerasi mengelompok sehingga menyebabkan distribusi ZnO dalam matriks tidak larut dengan sempurna. Hal ini diakibatkan karena proses pemanasan dan pengadukan yang tidak sempurna. Tetapi beda dengan partikel pati yang tidak terlihat lagi hal ini dikarenakan pati larut sempurna. Hasil yang didapatkan memiliki kemiripan dengan penelitian Erfan (2012). Yang menunjukkan hasil SEM yang terlihat terdapat bintik-bintik putih dan gumpalan putih agak besar. Hal ini dijelaskan karena adanya pada proses pemanasan dan pengadukan yang tidak merata.



BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu kondisi optimum plastik *biodegradable* dari kulit singkong dengan penambahan *plasticizer* gliserol dan penguat logam seng oksida (ZnO) terhadap sifat fisik plastik *biodegradable* terbaik pada sampel I dengan komposisi Gliserol 15%, seng oksida (ZnO) 6% dan pati 5

gram dengan nilai kuat tarik tertinggi sebesar $2,608 \text{ N/mm}^2$, Hidrofobisitas adalah 58,222% dan Biodegradabilitas dari plastik diperoleh kondisi optimum pada sampel III dengan komposisi gliserol 15%, seng oksida (ZnO) 12% dan pati 5 gram sebesar 80,58 % dengan waktu degradasi 11 hari.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan juga karakterisasi berupa uji laju transmisi uap air (WVTR) pada film bioplastik.

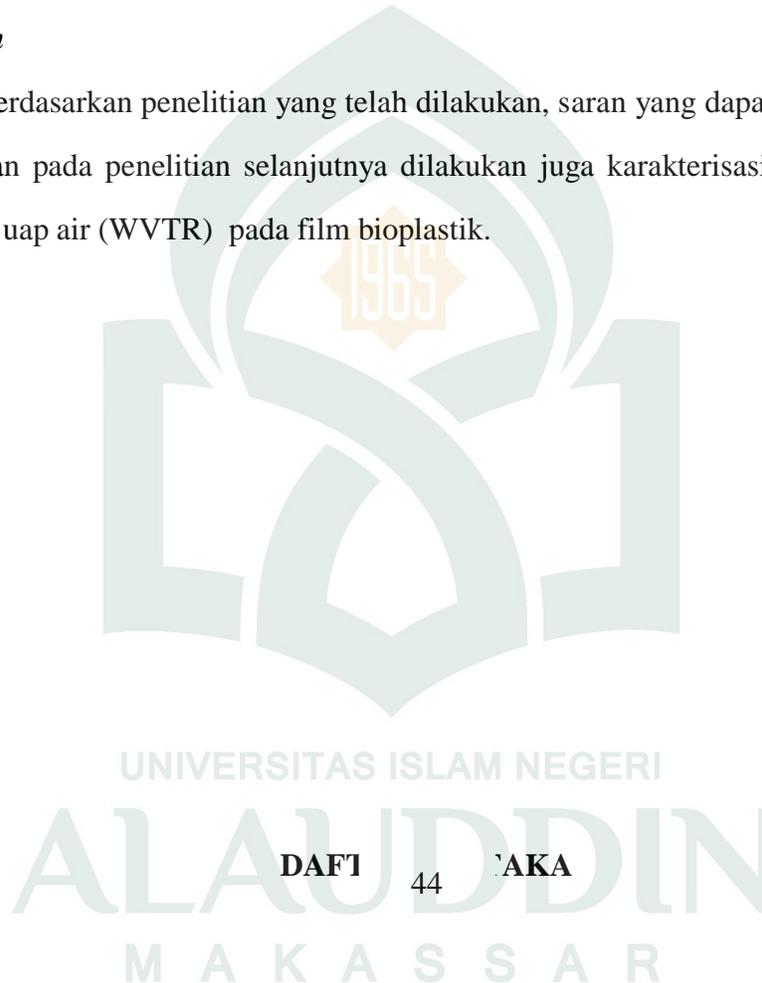

Al-qur'an Al Karim

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Anita, Zulisma, dkk." Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradasi Dari Pati Kulit Singkong".*Jurnal Teknik Kimia USU 2*, no. 2 (2013): h. 37-41.


Anggarini, Fetty. "Aplikasi plasticixer gliserol pada pembuatan plastik biodegradable dari biji nangka". *Skripsi*. semarang: Universitas negeri semarang, 2013.


- Agung, I Gusti, dkk. "Pengaruh Campuran Bahan Komposit dan Konsentrasi Gliserol Terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Kulit Singkong dan Kitosan". *Skripsi*. Bandung: Fakultas Teknik Universitas Udayana, 2015.
- Akbar, Fauzi ,dkk. "Pengaruh waktu simpan film plastik biodegradasi dari pati kulit singkong terhadap sifat mekanikalnya". *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 11-15.
- A.W. Utomo, dkk. "Pengaruh suhu dan lama pengeringan terhadap karakteristik fisikokimiawi plastik *biodegradable* dari komposit pati lidah buaya (*aloe vera*)-kitosan". *Jurnal Bioproses Komoditas Tropis* 1, no. 1(2013): h. 73-79.
- Agung I Gusti, dkk."pengaruh campuran bahan komposit dan konsentrasi Gliserol terhadap karakteristik bioplastik dari pati kulit singkong dan kitosan." *Skripsi*.bandung:fakultas teknik Universitas Udayana, 2015.
- Anggarini Fetty. "Aplikasi plasticizer glisrol pada pembuatan plastic Biodegradable dari biji nangka".*Skripsi*. semarang: universitas negeri semarang, 2013.
- Boediono, mario." pemisahan dan pencirian amilosa dan amilopektin dari pati jagung dan pati kentang pada berbagai suhu".*Skripsi* . Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Darni, Yuli. " Studi pembuatan dan karakteristik sifat Mekanik dan Hidrofobisitas Bioplastik dari Pati Sorgum.". *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 7, no. 4 (2010): h. 88-93.
- Dharma dan Yuwono."Fabrikasi Nanorod seng oksida (ZnO) menggunakan metode sol-gel dengan variasi konsentrasi polyethylene glycol dan waktu tunda evaporasi ammonia." *Jurnal metalurgi dan material* 26, no.2 2011.
- Erfan, Ahmad."Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar menggunakan Penguat ZnO dan Penguat Alami Kitosan".*Skripsi* . Jakarta: Universitas Inc teknik kimia, 2012. 46
- Handayani, Septi Puji. "Pembuatan Biodiesel dari Minyak Ikan dengan Radiasi Gelombang Mikro". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Ningsih, Sri hastuti." Pengaruh *Plasticizer* Gliserol terhadap Karakteristik *Edible film* Campuran Whey dan Agai . Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015. 45
- Marbun, Eldo Sularto. "sintesis bic i pati ubi jalar menggunakan penguat logam ZnO dan penguat alami selulosa". *Skripsi*.depok: Universitas Indonesia. 2012.
- Radhiyatullah, Afiifah. "Pengaruh Berat Pati dan Volume *Plasticizer* Gliserol Terhadap Karakteristik Film Bioplastik Pati Kentang". *Jurnal Teknik Kimia* 4, no. 3 (2015): h. 35-39.
- Sanjaya, I Gede. " Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol Pada Karakteristik Platik Biodegradable dari Pati Limbah Kulit Singkong". *Jurnal Teknik Kimia*. (2010): h. 51-56.

- Sutanto, Heri. "Deposisi Lapisan Tipis Foto Katalis Seng Oksida (ZnO) Berukuran Nano dengan Teknik Penyemprotan dan Aplikasi untuk Pendegradasi PEwarna *Methylene Blue*. *Jurnal Fisika* 3, no. 1 (2013): h. 69-75.
- Ummah, Nathiqo Al. "Uji Ketahanan *Biodegradable Plastic* Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap Air dan Pengukuran Densitasnya". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Semarang, 2013.
- Wardah dan Hastuti. "pengaruh variasi komposisi gliserol dengan pati dari bonggol pisang, tongkol jagung, dan enceng gondok terhadap sifat fisis dan mekanis plastik *biodegradable*". *Jurnal Neutrino* 7, no. 2 (2015): h. 77-85.
- Yuwono dan Dharma. "Fabrikasi nanorod seng oksida (ZnO) menggunakan metode sol-gel dengan variasi konsentrasi polyethylene glycol dan waktu tunda evaporasi ammonia". *Jurnal metalurgi dan material* 26. no. 2 (2011): h. 101-108.

47

Lampiran I: Skema Pembuatan Plastik Biodegradable

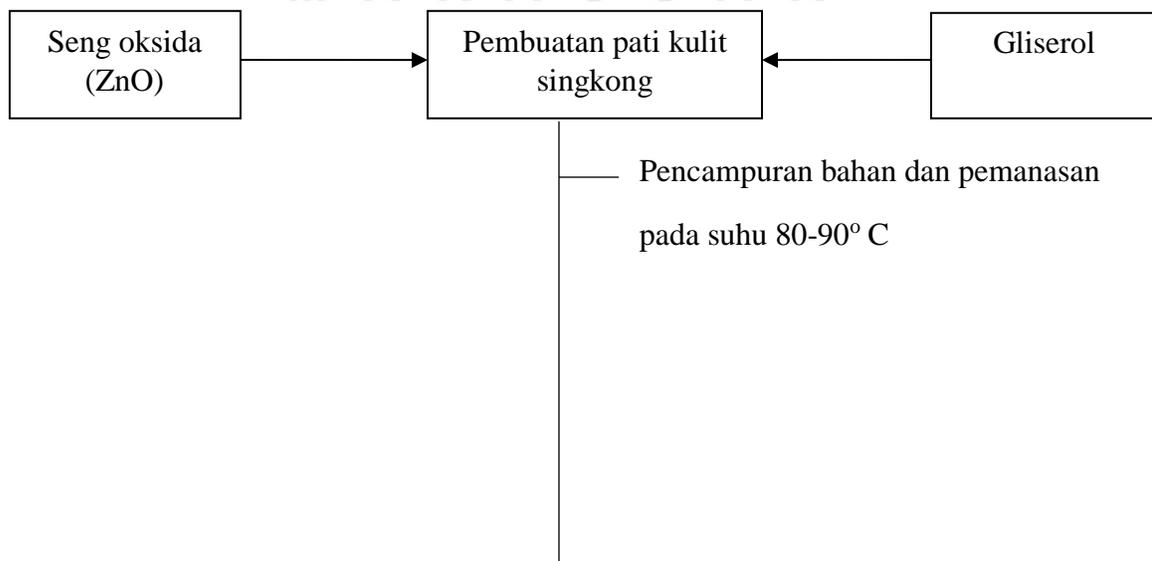

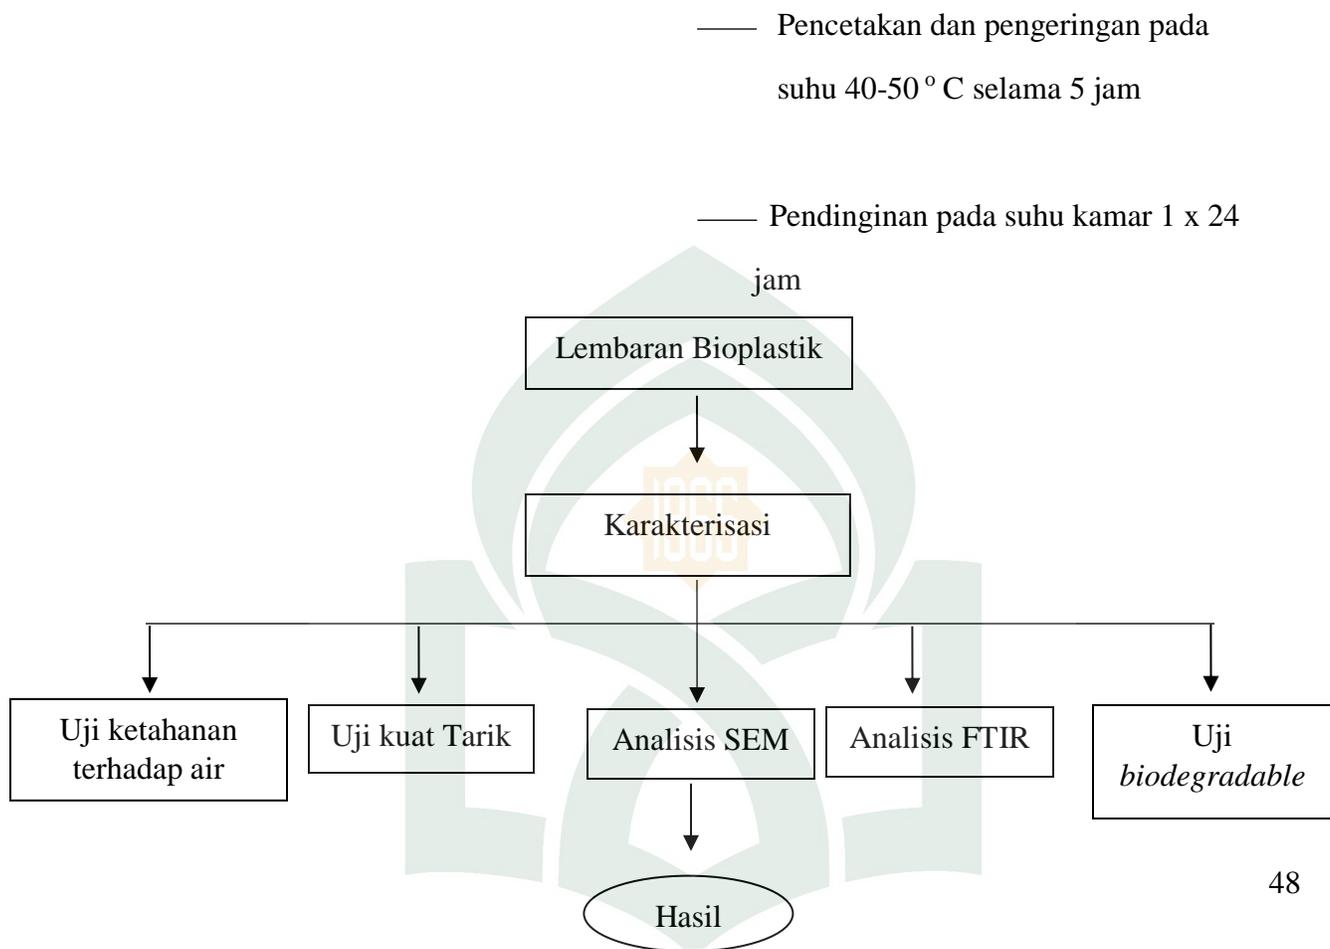

48

Lampiran II : Diagram alir preparasi sampel


Kulit Singkong

— Dikupas kemudian dicuci bersih

— Di jemur di bawa sinar matahari selama 3-4 hari

- Dihaluskan dengan cara diblender kering
- Di ayak dengan 100 mesh

Hasil

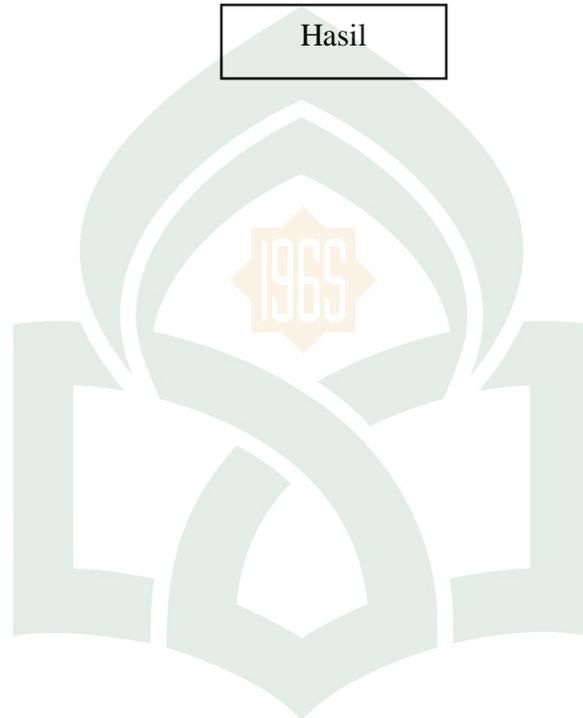

49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran III: Skema Kerja Pembuatan Bioplastik

ZnO + Gliserol

Di masukkan kedalam masing-masing gelas kimia 250 mL yang berisi aquades dengan volume 100 ml, dengan variasi seng oksida (ZnO) masing-masing 6%, 9% dan 12% dan gliserol 15%, 25% dan 35 %

- Campuran seng oksida (ZnO), gliserol dan aquades di magnetik stirrer selama 15 menit.
- Di tambahkan pati kulit singkong masing-masing 5 gram pada gelas kimia sambil dilakukan pengadukan.
- Dipanaskan pada *hot plate* selama 40 menit sambil dilakukan pengadukan dengan suhu 80-90° C.
- Dituang pada cetakan flexiglass berukuran 20 x 20 cm.
- Dikeringkan didalam oven dengan suhu 50-60° C selama 5 jam.
- Dikeluarkan dari oven, lalu mengeringkan dengan penyinaran lampu hingga campuran dapat dilepas dari cetakan

Hasil

50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran 4: Karakterisasi Bioplastik

a. Uji Ketahanan Bioplastik terhadap Air

Bioplastik

- Ditimbang berat awal sampel yang akan diuji (W_0).
- Ditambahkan aquades kedalam gelas kimia

- Diletakkan sampel plastik ke dalam wadah tersebut, Setelah 10 detik angkat dari dalam wadah berisi aquades, timbang berat sampel (W) yang telah direndam dalam wadah.
- Direndam kembali sampel ke dalam wadah tersebut, angkat sampel tiap 100 detik, timbang berat sampel.
- Dilakukan hal yang sama hingga diperoleh berat akhir sampel yang konstan dan menghitung presentase air yang diserap film plastik tersebut

Hasil

b. Uji kekuatan tarik bioplastik

Bioplastik

- Dipotong dengan ukuran 8 x 3 cm
- Dijepit sepanjang 1,5 cm dikedua sisi ujungnya.
- Diuji dengan alat kuat tarik.
- Dilakukan pembacaan kekuatan tarik setelah penarikan sampel.

Hasil

c. Analisis dengan SEM (*scanning electron microscopy*)

Bioplastik

- Dipotong dengan ukuran yang kecil
- Diletakkan pada karbon tape.
- Di *coating* menggunakan platina.

- Dianalisis menggunakan SEM (*scanning electron microscopy*).

Hasil

d. Analisis dengan FT-IR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)

Bioplastik

- Dibuat pelet dari bioplastik tersebut menggunakan alat press dan di pre-vakum selama 2-3 menit.
- Dipress dengan pompa hidrolik.
- Diambil pelet tersebut dan diletakkan pada sampel holder dan menempatkan pada lintasan sinar IR.
- Dilakukan pengukuran dan mengamati grafik yang terbentuk

Hasil

52

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

e. Uji biodegradabilitas bioplastik

Bioplastik

- Dipotong dengan ukuran 3 x 4 cm dan mengukur pH tanah.
- Ditempatkan dan ditanam dalam pot yang telah berisi tanah dan dibiarkan terkena udara terbuka tanpa ditutupi kaca.

- Dilakukan pengamatan terhadap sampel dalam rentang waktu satu hari sekali hingga sampel mengalami degradasi secara sempurna.

Hasil



53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Lampiran 5: Analisis Data

1. Uji Ketahanan Terhadap Air

$$\% \text{ Air yang diserap} = \frac{w-w_0}{w_0} \times 100 \%$$

- a. Sampel 1 (seng oksida 6% dan gliserol 15% dan pati 5 gram)

$$\begin{aligned} \% \text{ Air yang diserap} &= \frac{0,2742-0,1934}{0,1934} \times 100 \% \\ &= 41,77 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sifat Hidrofobilitas} &= 100 \% - 41,77 \% \\ &= 58,23 \% \end{aligned}$$

- b. Sampel 4 (seng oksida 9% dan gliserol 15% dan pati 5 gram)

$$\begin{aligned} \% \text{ Air yang diserap} &= \frac{0,3304 - 0,2167}{0,2167} \times 100 \% \\ &= 52,68 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sifat Hidrofobilitas} &= 100 \% - 52,68 \% \\ &= 47,32 \% \end{aligned}$$

- c. Sampel 7 (seng oksida 12% dan gliserol 15% dan pati 5 gram)

$$\begin{aligned} \% \text{ Air yang diserap} &= \frac{0,3722 - 0,2408}{0,2408} \times 100 \% \\ &= 54,56 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sifat Hidrofobilitas} &= 100 \% - 54,56 \% \\ &= 45,44 \% \end{aligned}$$

54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

2. Uji Biodegradabilitas

$$\% \text{ Kehilangan Berat} = \frac{w_1 - w_2}{w_1} \times 100 \%$$

- a. Sampel 1 (seng oksida 6% dan gliserol 15% dan pati 5 gram)

$$\begin{aligned} \% \text{ Kehilangan Berat} &= \frac{0,2040 - 0,1506}{0,2040} \times 100 \% \\ &= 26,17 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ berat Residual} &= 100 \% - 26,17 \% \\ &= 73,83 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Perkiraan waktu degradasi} &= \frac{100\%}{73,83} \times 9 \text{ hari} \\ &= 12,1901 \text{ Hari}\end{aligned}$$

- b. Sampel 4 (seng oksida 9% dan gliserol 15% dan pati 5 gram)

$$\begin{aligned}\% \text{ Kehilangan Berat} &= \frac{0,2516-0,1972}{0,2516} \times 100 \% \\ &= 21,62 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ berat Residual} &= 100 \% - 21,62 \% \\ &= 78,38 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Perkiraan waktu degradasi} &= \frac{100\%}{78,38} \times 9 \text{ hari} \\ &= 11,4825 \text{ Hari}\end{aligned}$$

- c. Sampel 7 (seng oksida 12% dan gliserol 15% dan pati 5 gram)

$$\begin{aligned}\% \text{ Kehilangan Berat} &= \frac{0,3248-0,2617}{0,3248} \times 100 \% \\ &= 19,42 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ berat Residual} &= 100 \% - 19,42 \% \\ &= 80,58 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Perkiraan waktu degradasi} &= \frac{100\%}{80,58} \times 9 \text{ hari} \\ &= 11,1690 \text{ Hari}\end{aligned}$$

55

Lampiran 6.

DOKUMENTASI PENELITIAN

SINTESIS DAN UJI KUALITAS PLASTIK BIODEGRADABLE DARI PATI KULIT SINGKONG MENGGUNAKAN VARIASI PENGUAT LOGAM SENG OKSIDA (ZnO) DAN PLASTICIZER GLISEROL

1. Bahan



Kulit singkong



Dibersihkan



Pencucian dengan air bersih



Kulit singkong setelah dijemur

56

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Kulit singkong setelah diblender



Proses penyayakan 100 mesh

2. Pembuatan Platik Biodegradable




Penimbangan pati 5 gram




Penimbangan ZnO



Penambahan Aquadest 100 mL

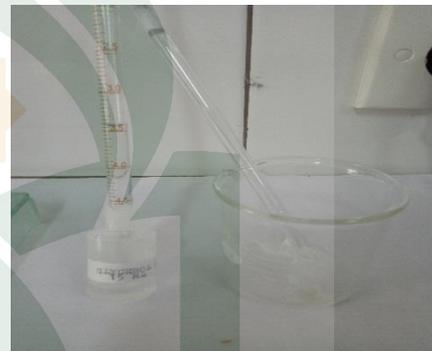

Penambahan Gliserol

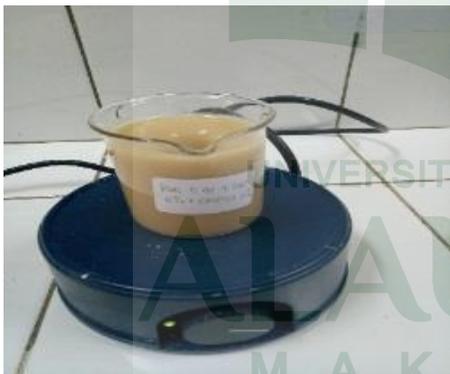

**Pencampuran bahan dengan
Magnetic stirrer**



proses Gelatinasi



Proses pencetakan pada *Flexiglass*



Proses pengovenan



Hasil bioplastik Setelah pengovenan



proses penyinaran dengan lampu

58



Hasil Plastik Biodegradable



3. Uji Ketahanan Air



Aquadest (H₂O)

penimbangan hasil bioplastik terhadap air

4. Uji Biodegradable



Proses sampling




proses sampling

59



Persiapan tanah

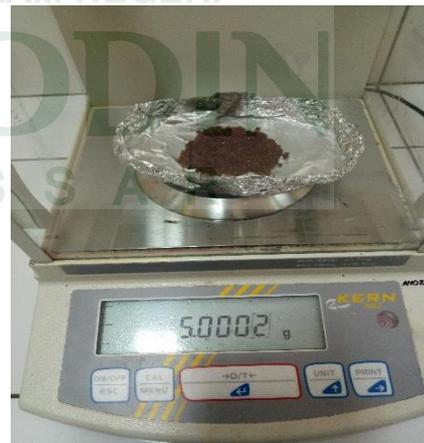

Menimbang Tanah



Persiapan untuk melarutkan



proses melarutkan



Terbentuk 2 fase

Diukur pH nya



Menimbang berat awal



Penguburan dalam tanah



Menimbang berat setelah terdegradasi



Hasil biodegradabilitas

5. Analisis FTIR




Analisis FTIR




Sampel dimasukkan dalam pelet

61

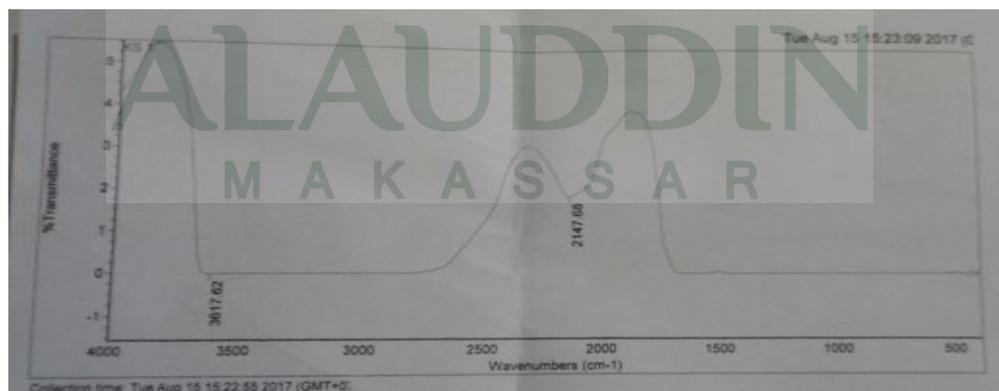


Hasil Analisis FTIR


6. Analisis SEM

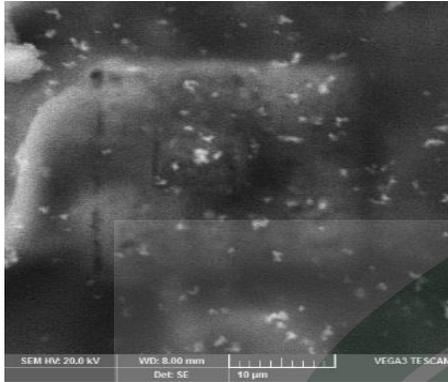


Hasil Analisis SEM ketebalan 10 μm

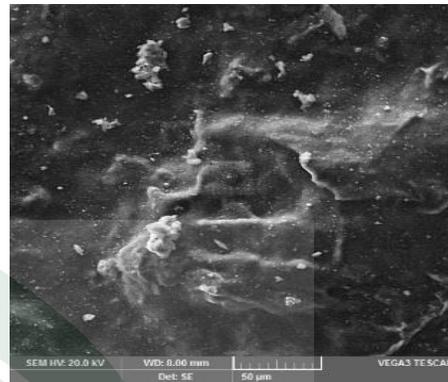

Hasil Analisis SEM ketebalan 50 μm

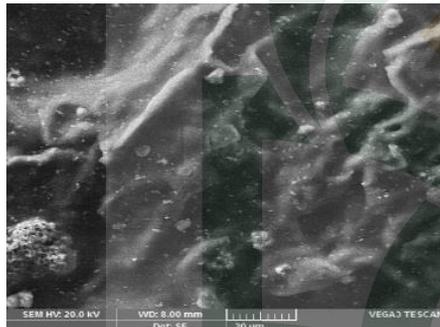

Analisis SEM ketebalan 20 μm
Analisis SEM ketebalan 5 μm

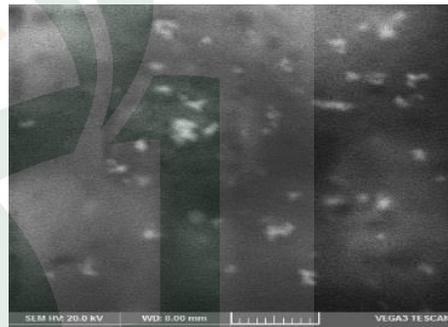

Hasil
Hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BIOGRAFI



Penulis bernama Yuni Sara Lahir di Makassar pada 18 Juni 1995. Anak yang lahir dari pasangan ayah yang bernama H. Abd Salam. P dan ibunda yang bernama Hj.Sitti Ratna. Penulis bersekolah di SD Negeri Daya 02 Biringkanaya Berproses selama 6 tahun di sekolah dasar dan lulus pada

tahun 2007. Di tahun yang sama pula dia melanjutkan sekolahnya di MTsN 2 Biringkanaya, masuk dan mulai pendidikan yang akan ditempuhnya selama 3 tahun. Tahun 2010 lulus dari tingkat SMP dan tahun yang sama pula melanjutkan kesekolah menengah atas yaitu MAN 3 Makassar. Menjalani proses selama menjadi siswa di sekolah tersebut membuat kebanggaan tersendiri untuknya. Belajar tentang kehidupan dunia dan kehidupan diakhirat menjadi sosok yang terus belajar dan mengasa kemampuannya. Tahun 2013 merupakan tahun berakhirnya menyandang sebagai siswa, dan tahun yang sama pula melanjutkan pendidikannya di universitas berbasis keagamaan. Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar menjadi pilihan utamanya dan jurusan Kimia menjadi pilihan minatnya.

