

**PEMANFAATAN LIGNIN HASIL DELIGNIFIKASI AMPAS  
TEBU SEBAGAI PEREKAT LIGNIN RESORSINOL  
FORMALDEHIDA (LRF)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

**INDO ESSE**  
**NIM: 60500113024**

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

2018

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indo Esse  
NIM : 60500113024  
Tempat/ Tgl Lahir : Wonokerto/ 25 Mei 1995  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga perum. Saumata Indah Blok J9,  
Romang Polong, Gowa  
Judul : Pemanfaatan Lignin Hasil Delignifikasi Ampas Tebu Sebagai  
Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida (LRF)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa , Agustus 2018

Penyusun

**INDO ESSE**  
**NIM: 60500113024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pemanfaatan Lignin Hasil Delignifikasi Ampas Tebu Sebagai Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida (LRF)**” yang disusun oleh **INDO ESSE, NIM: 60500113024**, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 27 Agustus 2018 bertepatan pada 15 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 27 Agustus 2018  
15 Dzulhijjah 1439

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Dr. Wasilah, S.T., M.T.**

Sekretaris : **Asriani Ilyas, S.Si., M.Si.**

Munaqisy I : **Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.**

Munaqisy II : **Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag.**

Pembimbing I : **Dra. Sitti Chadijah, M.Si.**

Pembimbing II : **Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP. 1969/205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Lignin Hasil Delignifikasi Ampas Tebu Sebagai Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida”**. Tak lupa kita kirimkan salam serta shalawat atas junjungan kita nabi Muhammad saw, serta para sahabatnya yang membawa kita dari alam kejahilaaan menuju alam kemuliaan.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda H.Dg.Matase dan Ibunda Hj.Rohani serta saudara saya Muh.Yusuf atas segala do’a, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para wakil rektor serta seluruh jajaran yang senantiasa mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan para wakil dekan serta seluruh jajaran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia dan selaku penguji I serta Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan kritik dan saran bagi penulis.
4. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Kurnia Ramadani S.Si., M.Pd selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan

tenaganya dalam membimbing dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. H. Tasmin Tangngareng, M.Ag selaku Penguji Agama yang senantiasa memberikan kritik dan saran bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Para Laboran Jurusan Kimia, Nuraini, S.Si, Awaluddin, S.Si., M.Si, Ahmad Yani, S.Si, Andi Nurahma, S.Si, Fitri Azis, S.Si., S.Pd dan Ismawanti, S.Si terima kasih banyak atas bantuannya.
8. Ibu Musyawirah Baharuddin selaku Staf Jurusan Kimia dan seluruh staf karyawan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu dalam persuratan.
9. Teman-teman angkatan 2013, senior angkatan 2010-2012 dan junior-junior angkatan 2014-2017 jurusan kimia fakultas sains dan teknologi serta teman-teman KKN angkatan 56 gantarang yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak disebutkan dalam kesempatan ini atas bantuannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa masih banyak kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak untuk penulis saya harapkan demi penyempurnaan penyusunan skripsi di masa mendatang.

Samata-Gowa, Agustus 2018  
Penulis

Indo Esse  
NIM: 60500113024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv-v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi-vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-5</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6-21</b>
A. Tanaman Tebu.....	6
B. Ampas Tebu .....	7
C. Lignin .....	8
D. Delignifikasi.....	11
E. Manfaat Lignin.....	15
F. Perekat Lignin .....	16
G. FTIR .....	17

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>22-25</b>
A. Waktu dan Tempat .....	22
B. Alat dan Bahan .....	22
1. Alat.....	22
2. Bahan.....	22
C. Prosedur Kerja.....	22-25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26-37</b>
A. Hasil Penelitian .....	26
B. Pembahasan.....	28
1. Preparasi Sampel.....	28
2. Proses Delignifikasi .....	28
3. Pengendapan Lignin.....	29
4. Uji Karakterisasi Lignin Hasil Delignifikasi dengan FTIR .....	31
5. Pengujian Kualitas Perekat .....	32
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan .....	38
B. Implikasi.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39-41</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>42-51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persyaratan Mutu Fenol Formaldehida Cair Untuk Perekat .....	17
Tabel 2.2. Daftar Bilangan Gelombang dari Berbagai Jenis Ikatan.....	19
Tabel 2.3. Bilangan Gelombang Gugus Lignin .....	21
Tabel 4.1. Pengaruh Konsentrasi NaOH Terhadap Kadar Lignin .....	26
Tabel 4.2. Hasil Uji Gugus Fungsi Lignin .....	26
Tabel 4.3. Kualitas Perekat LRF dari Lignin Ampas Tebu.....	27



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tanaman Tebu.....	6
Gambar 2.2 Unit-unit Penyusun Lignin .....	9
Gambar 2.3 Struktur Kimia Lignin .....	10
Gambar 2.4 Pemutusan Ikatan Lignin.....	13
Gambar 2.5 Alat FTIR Thermo Fisher Scientific .....	18
Gambar 4.1 Mekanisme Pemutusan Ikatan Lignin.....	29
Gambar 4.2 Reaksi Gugus Protonasi Gugus Eter .....	30
Gambar 4.3 Hasil Uji Gugus Fungsi Lignin .....	31
Gambar 4.4 Perekat LRF.....	33
Gambar 4.5 Histogram pH (Keasaman).....	34
Gambar 4.6 Histogram Berat Jenis .....	35
Gambar 4.7 Histogram Kandungan Padatan Yang Tidak Menguap.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Umum Penelitian .....	42
Lampiran 2 Pembuatan Larutan NaOH dan H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> .....	43
Lampiran 3 Perhitungan Kadar Lignin .....	45
Lampiran 4 Perhitungan Perekat LRF 1:0.9:2 .....	46
Lampiran 5 Perhitungan Kualitas Perekat LRF .....	47
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian .....	49
Lampiran 7 Uji Karakterisasi Lignin dengan FTIR .....	50



## ABSTRAK

**Nama : Indo Esse**

**NIM : 60500113024**

**Judul : Pemanfaatan Lignin Hasil Delignifikasi Ampas Tebu Sebagai Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida (LRF)**

---

Ampas tebu adalah suatu residu dari proses penggilingan tanaman tebu setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya pada industri pembuatan gula. Ampas tebu ini mengandung serat lignin, selulosa dan hemiselulosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimum katalis NaOH terhadap rendemen lignin dan mengetahui kualitas perekat Lignin Resorsinol Formaldehida (LRF) dari delignifikasi ampas tebu. Lignin dari hasil delignifikasi ampas tebu diperoleh melalui proses soda dengan menggunakan larutan pemasak berupa NaOH dengan variasi konsentrasi 2%, 4% dan 6% dengan kondisi pemasakan suhu 121°C dan tekanan 1,08 atm dan selanjutnya dengan pengendapan lignin dari filtrat hasil pemasakan. Kadar lignin optimum yang diperoleh yaitu 8,65% dengan konsentrasi larutan pemasak 4%. Pembuatan perekat lignin resorsinol formaldehida ini dilakukan dengan perbandingan mol lignin: resorsinol: formaldehida yaitu 1: 0,9: 2. Hasil yang didapatkan dari uji kenampakan perekat memiliki warna coklat kehitaman. pH 12.0 dan berat jenis 1,1016. Kandungan padatan yang tidak menguap dari variasi konsentrasi yang tertinggi yaitu 1,93%. Hasil karakterisasi dengan FTIR menunjukkan salah satu gugus utama penyusun lignin yaitu serapan gugus OH fenolik pada bilangan gelombang 3434,68  $\text{cm}^{-1}$ . Hasil uji FTIR lignin hasil delignifikasi ampas tebu mengandung gugus fungsi lignin.

Kata kunci: Ampas tebu, kualitas perekat, lignin, natrium hidroksida, perekat LRF

## ABSTRACT

**Name : Indo Esse**

**NIM : 60500113024**

**Title : The utilization of lignin resulting from the delignification of bagasse as a lignin of resorcinol formaldehyde (LRF)**

---

Bagasse is a residue from the milling process of sugar cane after extraction or release of sugar in the sugar making industry. This bagasse contains lignin, cellulose and hemicellulose fiber. This study aims to determine the optimum concentration of NaOH catalyst on lignin yield and determine the quality of the adhesive Lignin Resorcinol Formaldehyde (LRF) from bagasse pulp delignification. Lignin from bagasse obtained by the soda delignification process using a cooking solution in the form of NaOH with a variety of concentrations of 2%, 4% and 6% with a cooking temperature of 121°C and a pressure of 1.08 atm and then by deposition of lignin from the cooking filtrate. The optimum lignin content obtained was 8.65% with a concentration of 4% cooking solution. The manufacture of lignin resorcinol formaldehyde adhesive was carried out by the lignin mole ratio: resorcinol: formaldehyde which is 1: 0.9: 2. The results obtained from the adhesive appearance test had a blackish brown color. pH 12.0 and specific gravity 1.1016. The non-volatile solid content of the highest concentration variation is 1.93%. The characterization results with FTIR showed that one of the main constituent of lignin is the phenolic OH group absorption at wave number 3434.68  $\text{cm}^{-1}$ . FTIR lignin test results from bagasse delignification contain lignin functional groups.

Keywords: adhesive quality, lignin, LRF adhesive, sodium hydroxide, sugarcane

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara penghasil gula karena banyaknya pabrik gula di Indonesia. Banyaknya gula yang dihasilkan maka banyak pula bahan baku tebu yang digunakan. Perkebunan tebu di Indonesia menempati luas areal ±321 ribu hektar. Produksi tebu Indonesia mencapai 21 juta ton pada tahun 2007. Banyaknya tebu yang diolah menjadi gula menyebabkan limbah hasil penggilingan tebu juga melimpah. Limbah hasil penggilingan tebu biasa disebut ampas tebu (Indrawanto 2010: 2).

Ampas tebu ini mengandung serat lignin, selulosa dan hemiselulosa yang merupakan hasil samping dari proses ekstraksi tanaman tebu. Berdasarkan analisis kimia, rata-rata ampas tebu memiliki komposisi kimia yaitu, abu 3,28%, lignin 22,09%, selulosa 37,65%, sari 1,81%, pentosan 27,97% dan SiO<sub>2</sub> 3.01% dengan kandungan lignoselulosa serta memiliki panjang serat antara 1,7 sampai 2 mm dengan diameter sekitar 20 mikro. Oleh karena itu ampas tebu dapat digunakan untuk pembuatan pulp dan kertas. Salah satu metode yang digunakan untuk pembuatan pulp yaitu proses delignifikasi (Setiati, dkk., 2016: 258).

Proses delignifikasi bertujuan untuk memisahkan lignin yang terdapat dalam serat/kayu. Kemudahan suatu bahan untuk diproses menjadi pulp sangat bergantung pada jumlah lignin yang terdapat dalam bahan baku dan reaktifitasnya. Kadar lignin secara kuantitatif merupakan faktor yang banyak berpengaruh terhadap bahan kimia yang ditambahkan selama proses delignifikasi. Kadar lignin yang tinggi akan mempengaruhi kondisi pemasakan yang meliputi: konsentrasi larutan pemasak, suhu, tekanan, dan waktu pemasakan. Semakin tinggi kadar lignin maka semakin tinggi kondisi pemasakan yang diperlukan untuk menyempurnakan proses pemutusan lignin dari ampas tebu.

Peningkatan rendemen lignin seiring dengan meningkatnya konsentrasi katalis NaOH pada waktu pemasakan karena peningkatan konsentrasi NaOH memudahkan pemutusan ikatan senyawa penyusun lignin sehingga lignin lebih mudah dilarutkan larutan pemasak, yang menyebabkan peningkatan padatan total pada lindi hitam tersebut sehingga kadar rendemen lignin meningkat. Namun jika penurunan kadar rendemen lignin dapat juga dikaitkan dengan konsentrasi NaOH yang lebih tinggi yang menyebabkan perusakan senyawa lignin sehingga ikut terlarut pada pelarut (Simatupang, dkk., 2012: 22).

Lignin sebagai limbah yang dihasilkan dari pembuatan pulp dapat dimanfaatkan sebagai bahan perekat dengan proses soda. Hal yang mendasari pemanfaatan lignin yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan perekat sintesis sebagai hasil olahan asal minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, mengurangi pencemaran lingkungan dan menekan biaya perekat. Lignin ini perlu ditangani dengan baik dan benar, agar tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan karena pencemaran. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt yang melarang hambanya untuk berbuat kerusakan. Sebagaimana firman Allah pada QS. Al-Baqarah/02:11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

M A K A S S A R

Alam raya diciptakan oleh Allah swt dalam keadaan harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam kehidupan masyarakat. Merusak setelah

diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki. Karena hal itu, ayat di atas secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut (Shihab, 2002: 144)

Maksud dari ayat di atas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di muka bumi disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri karena jika kita membiarkan limbah-limbah yang ada dan tidak menanganinya maka sama halnya dengan kita membuat kerusakan pada lingkungan atau alam ini. Salah satu limbah yang dapat di tangani seperti lignin yang dapat dimanfaatkan sebagai perekat.

Perekat yang berbahan formaldehida termasuk perekat sintetis yang bahan bakunya diperoleh dari hasil olahan minyak bumi yang tidak dapat pulih karena kegiatan pembangunan minyak bumi yang terus-menerus, sehingga sumber minyak semakin lama semakin berkurang bahkan habis, maka perlu adanya bahan pengganti dalam pembuatan perekat. Perekat termasuk penyambung antara dua atau lebih pada permukaan benda yang berbeda maupun sejenis untuk dijadikan satu. Keadaan suatu perekat ditentukan oleh metode aplikasinya. Pembuatan perekat lignin dengan menggunakan resorsinol formaldehid memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu kurang berbau bila dibandingkan dengan phenol formaldehid, lebih cepat mengeras pada suhu rendah, lebih aktif dari phenol formaldehid, tahan terhadap pengaruh cuaca serta penggunaannya untuk eksterior (Setiati, dkk., 2016: 258).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui beberapa perbandingan yang menghasilkan perekat LRF yang memenuhi standar Nasional Indonesia seperti hasil penelitian Ruhendi (1999), tentang kualitas Lignin Resorsinol Formaldehida berbahan dasar dari lindi hitam sebagai perekat kayu laminasi menunjukkan bahwa kualitas lignin resorsinol formaldehida telah diteliti dan telah dicoba dalam pembuatan kayu laminasi. Hasil yang diperoleh yaitu perekat lignin resorsinol formaldehida (LRF) berbentuk cair, berwarna coklat kehitaman dan berbau khas fenol dengan kadar padatan 31,49%, berat jenis 1,22, pH 11,32 dan masa gelatinasi 7-165 menit, memenuhi standar JIS K 6802-1986. Hasil penelitian Manurung (2009), pemanfaatan lignin dari lindi hitam sebagai bahan baku perekat lignin resorsinol formaldehida, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang

memanfaatkan limbah pulp untuk mendapatkan lignin dapat digunakan sebagai bahan baku perekat. Hasil yang diperoleh yaitu rendemen lignin sebesar 5,012%. LRF (1: 0,5: 2) lebih mendekati standar yang digunakan sehingga diperoleh hasil pengujian derajat keasaman 10,67 dan masa gelatinasi 102,67 menit sudah sesuai standar yang digunakan, akan tetapi untuk kandungan padatan tidak menguap 49,06% , kekentalan perekat 1,002 poise dan berat jenis 1,1505 perekat LRF yang diuji belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Salah satu cara analisis untuk mengetahui keberhasilan isolasi lignin adalah dengan mengidentifikasi gugus fungsi yang ada dengan menggunakan alat FTIR yang mampu mengidentifikasi serapan-serapan khas untuk masing-masing gugus fungsi yang terkandung dalam sampel. Senyawa lignin diidentifikasi dengan munculnya beberapa gugus aktif penyusun.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk memanfaatkan lignin hasil delignifikasi ampas tebu sebagai bahan baku perekat dan mengetahui kualitas perekat yang dihasilkan dari lignin ampas tebu tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Berapa konsentrasi optimum katalis NaOH terhadap kadar lignin ?
2. Bagaimana kualitas perekat Lignin Resorsinol Formaldehida (LRF) yang dihasilkan dari delignifikasi ampas tebu ?

### **C. Tujuan Penelitian**


Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui konsentrasi optimum katalis NaOH terhadap kadar lignin.
2. Untuk mengetahui kualitas perekat Lignin Resorsinol Formaldehida dari delignifikasi ampas tebu.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi mengenai pemanfaatan lignin hasil delignifikasi ampas tebu sebagai bahan baku perekat dan kualitas perekat tersebut.
2. Sebagai salah satu alternatif dalam penanganan limbah ampas tebu.

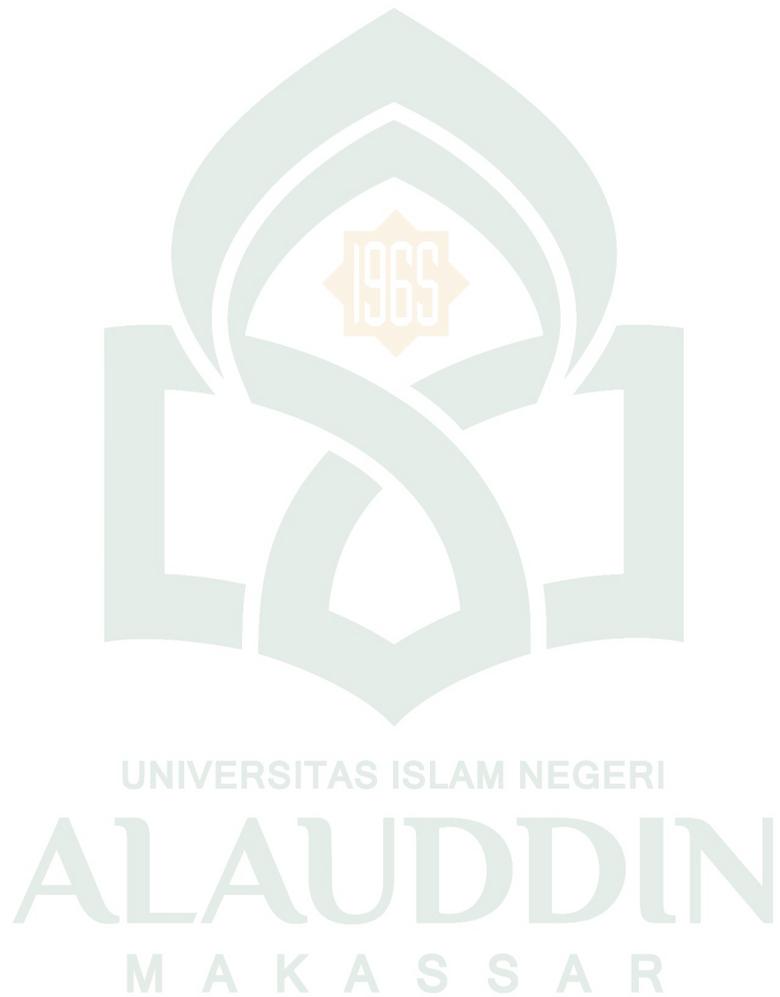

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Tanaman Tebu*

Tanaman tebu (*Saccharum officinarum*) termasuk suku Graminae (rumput-rumputan), kelompok Andropogonae dan genus Saccharum. Tebu merupakan tanaman berbiji tunggal atau monokotil, stuktur sejajar dan berakar serabut. Tinggi tanaman tebu rata-rata 2,5 meter sampai 5 meter (Purnawan, dkk.,2012: 2).

Menurut Indrawanto (2010: 8), tanaman tebu tergolong tanaman perdu dapat dilihat pada gambar 2.1 dengan nama latin *Saccharum officinarum*. Di daerah Jawa Barat disebut Tiwu, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut tebu atau Rosan.

Klasifikasi tanaman tebu adalah sebagai berikut:

Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledone
Ordo	: Graminales
Famili	: Graminae
Genus	: Saccharum
Species	: <i>Saccharum officinarum</i>



Gambar 2.1. Tanaman Tebu

Sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan mengenai tanaman yang diciptakan oleh Allah swt pada QS. Thahaa/20:53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Maksud dari ayat di atas menunjukkan berbagai jenis tanaman tumbuh dengan satu jenis air saja yaitu air hujan yang diturunkan dari langit atas kehendak Allah swt. Tanaman tersebut di rawat sebaik-baiknya karena akan bermanfaat untuk kehidupan manusia.

### **B. Ampas Tebu**

Ampas tebu adalah suatu residu dari proses penggilingan tanaman tebu setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya pada industri pembuatan gula sehingga diperoleh hasil samping sejumlah besar produk limbah berserat yang dikenal sebagai ampas tebu (*bagasse*). Pada proses penggilingan tebu, terdapat lima kali proses penggilingan dari batang tebu sampai dihasilkan ampas tebu (Purnawan, dkk., 2012: 2).

Menurut data FAO (Food and Agricultural Organization) tahun 2006 tentang negara-negara produsen tebu dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-11 dengan produksi per tahun sekitar 25.500.00 juta ton, dimana 35% dari produksi tersebut merupakan ampas tebu. Ampas tebu yang melimpah tersebut telah dimanfaatkan sebagai bahan bakar pada ketel uap dimana energi yang dihasilkan dimanfaatkan

sebagai pembangkit listrik tenaga uap dan bahan bakar pada tungku produksi (Purnawan, dkk., 2012: 2).

Ampas tebu merupakan sisa bagian batang tebu dalam proses ekstraksi tebu yang memiliki kadar air berkisar 46-52%, kadar serat 43-52% dan padatan terlarut sekitar 2-6%. Komposisi kimia ampas tebu meliputi: zat arang atau karbon (C) 23,7 %, hidrogen (H) 2 %, oksigen (O) 20 %, air (H<sub>2</sub>O) 50 % dan gula 3%. Pada prinsipnya serat ampas tebu terdiri dari selulosa, pentosan dan lignin. Komposisi ketiga komponen bisa bervariasi pada varietas tebu yang berbeda (Andriyanti, dkk., 2012: 2).


### **C. Lignin**

Lignin adalah polimer alami yang terdiri dari molekul fenil propana yang terdapat di dalam dinding sel dan di daerah antar sel (atau lamela tengah) serta menyebabkan kayu menjadi keras dan kaku sehingga mampu menahan tekanan mekanis yang besar. Kadar lignin dalam kayu ada diantara 18-33 persen (Lubis, 2007: 5).

Lignin zat yang bersama-sama dengan selulosa merupakan salah satu sel yang terdapat dalam kayu. Lignin berguna dalam kayu seperti lem atau semen yang mengikat sel-sel lain dalam satu kesatuan, sehingga bisa menambah *support* dan kekuatan kayu (*mechanical strength*) agar kokoh dan berdiri tegak. Lignin memiliki struktur kimiawi yang bercabang-cabang dan berbentuk polimer tiga dimensi. Molekul dasar lignin adalah fenil propan. Oleh karena ukuran dan strukturnya yang tiga dimensi bisa memungkinkan lignin berfungsi sebagai semen atau lem bagi kayu yang dapat mengikat serat dan memberikan kekerasan struktur serat (Purnawan dan Parwati, 2014: 324).


Struktur molekul lignin sangat berbeda bila dibandingkan dengan polisakarida karena terdiri atas sistem aromatik yang tersusun atas unit-unit fenilpropana. Dalam kayu lunak kandungan lignin lebih banyak bila dibandingkan dengan kayu keras. Beberapa sifat-sifat lignin adalah tidak larut dalam air, berat molekul berkisar antara 2000-15.000, molekul lignin mengandung gugus hidroksil, metoksil dan karboksil dan bila didegradasi oleh basa akan membentuk turunan benzena. Lignin yang kemudian akan menjadi Lignosulfonat merupakan turunan lignin yang mengandung sulfonat yang memiliki gugus hidrofil (gugus sulfonat, fenil hidroksil dan alkohol hidroksil) dan gugus hidrofob (rantai karbon) sehingga termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik (Setiati, dkk., 2016: 258).

Struktur dari p-koumaril alkohol, koniferil alkohol dan sinapil alkohol merupakan senyawa induk (*precursor*) primer dan merupakan unit pembentuk semua lignin (Gambar 2.2) (Lubis, 2007: 5).

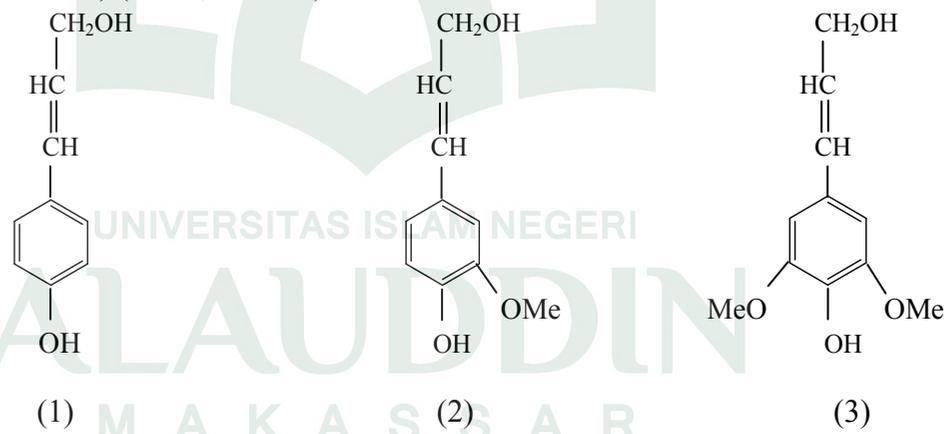

Gambar 2.2. Unit-unit penyusun lignin:  
 (1) p-koumaril alkohol, (2) koniferil alkohol, (3) sinapil alkohol

Salah satu bentuk struktur kimia (rumus bangun) lignin dapat dilihat pada Gambar 2.3 (Lubis, 2007: 5).

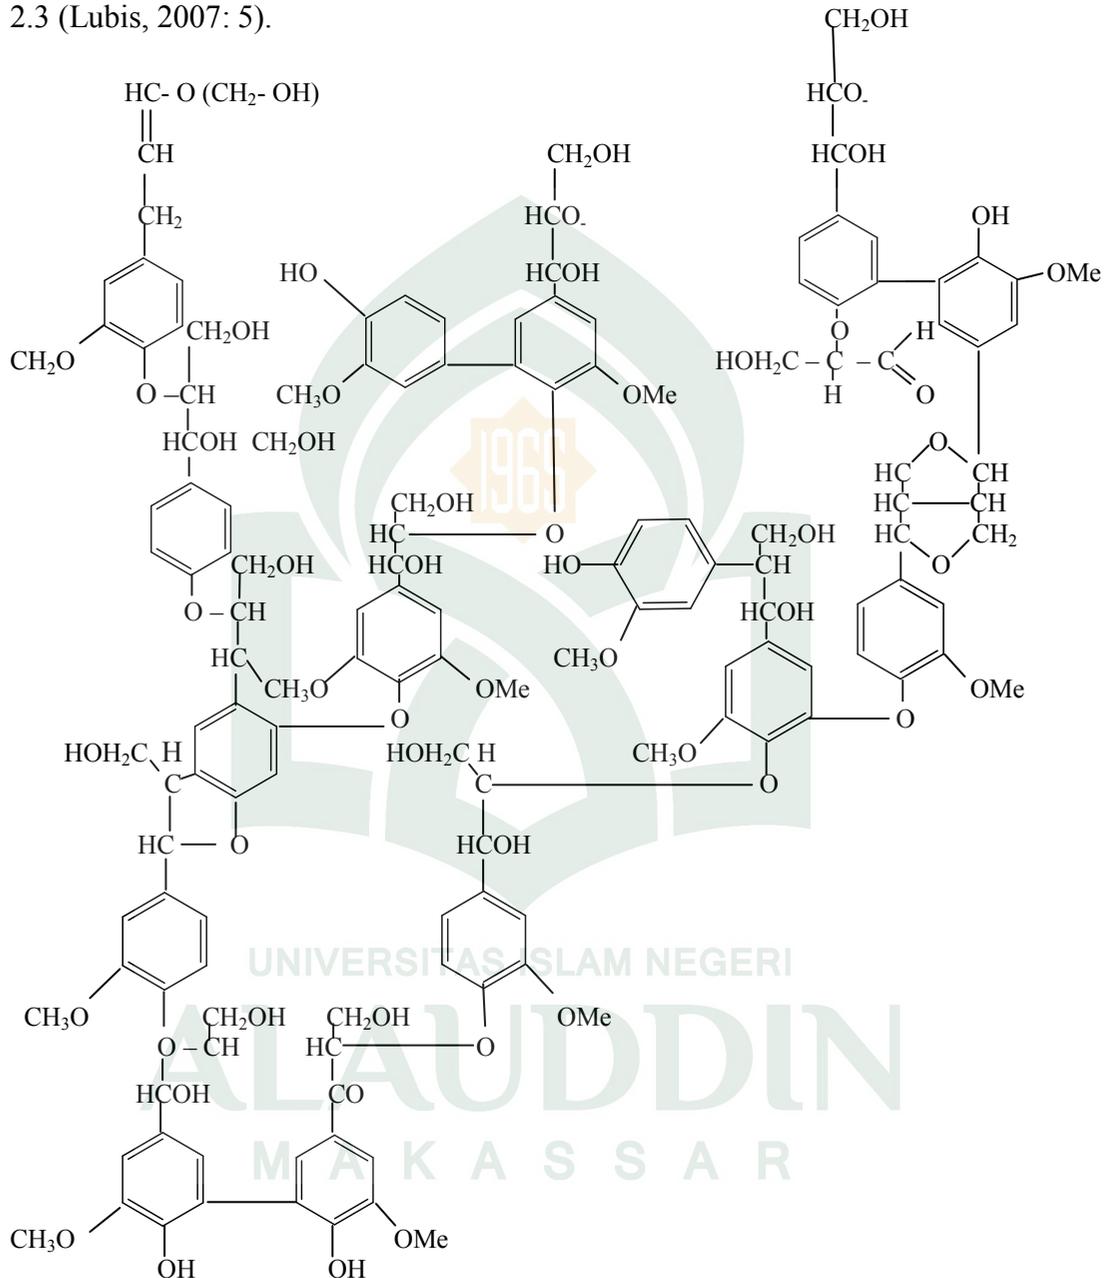

Gambar 2.3. Struktur Kimia (rumus bangun) lignin yang terdiri dari 16 unit fenil propana

Lignin dapat dibagi menjadi beberapa kelas menurut unsur-unsur strukturalnya yaitu lignin guaiasil dan lignin guaiasil-siringil. Lignin guaiasil terdapat pada kayu daun jarum (23-32%), dengan prazat koniferil alkohol sedangkan lignin guaiasil-siringil terdapat pada kayu daun lebar (20-28%, pada kayu tropis >30%), dengan prazat koniferil alkohol dan sinapil alkohol dengan nisbah 4:1 sampai 1:2 (Lubis, 2007: 8).

Limbah lignoselulosa mengandung lignin yang berperan sebagai pelindung selulosa terhadap serangan enzim pemecah selulosa. Lignoselulosa perlu diberi perlakuan delignifikasi untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Perlakuan pendahuluan pada lignoselulosa dapat dilakukan secara fisikawi, kimiawi dan biologis (Gunam, dkk., 2013: 25).

#### **D. Delignifikasi**

Proses *pulping* merupakan proses pelarutan lignin (delignifikasi). Selama pemasakan terjadi reaksi cepat dimana terjadi pemutusan ikatan lignin karbohidrat sehingga lignin yang lepas akan larut dalam larutan pemasak. Reaksi lambat dimana terjadi kondensasi dan polimerisasi kembali yang menyebabkan lignin tidak larut dalam larutan pemasak. Reaksi kondensasi lignin dapat terjadi dalam proses delignifikasi karena suasana asam akan secara langsung terjadi, yaitu dengan keluarnya gugus asetil dari serpih kayu selama pemasakan (Rambe, dkk., 2013: 26).

Menurut Putera (2012: 13-14), Proses pemisahan atau penghilangan lignin dari serat selulosa disebut dengan delignifikasi atau pulping. Proses pemisahan lignin dapat dibedakan menjadi 3, yaitu

### 1. *Mechanical Pulping* (Secara Mekanis)

Proses sangat sederhana dan tidak menggunakan bahan kimia. Pada proses ini, kandungan lignin dan zat lain masih tinggi. Proses ini dilakukan dengan menggerinda kayu menjadi serat pulp dan menghasilkan rendemen sebesar 90-95%, tetapi menyebabkan kerusakan pada serat. Penggunaan pulp yang dihasilkan pada proses mekanik ini nilainya sangat kecil dan pulp masih mengandung banyak lignin dan serat-seratnya tidak murni sebagai serat.

### 2. *Chemical Pulping* (Secara Kimia)

Proses ini menggunakan bahan kimia pada suhu, tekanan, konsentrasi dan waktu tertentu. Proses ini menggunakan bahan kimia sebagai bahan utama untuk melarutkan apa yang yang tidak diinginkan, sehingga dihasilkan serat selulosa dengan kadar yang tinggi. Bahan kimia yang digunakan tergantung berapa macam proses dan berapa macam bahan bakunya. Cara kimia ini meliputi tiga macam proses yakni:

#### a. Proses Sulfat

Proses ini menggunakan natrium sulfat yang direduksi didalam tungku pemulihan menjadi natrium sulfit, yang merupakan bahan kimia yang dibutuhkan untuk delignifikasi. Natrium sulfit dihasilkan dari reduksi sulfat selama proses pembakaran dengan reaksi:




Natrium hidroksida dihasilkan dari hidrolisis natrium sulfit di dalam air dengan reaksi:



### b. Proses Soda

Proses soda merupakan proses pulping yang pertama kali dilakukan dengan tujuan komersial. Proses ini termasuk proses alkali, dimana sebagai bahan bakunya digunakan NaOH yang berfungsi melarutkan lignin, karbohidrat, asam organik, resin, sehingga selulosa terlepas dari ikatannya. Larutan NaOH dapat merusak struktur lignin pada bagian kristalin dan amorf serta memisahkan sebagian hemiselulosa (Gunam dan Antara, 1999). Menurut Hespell (1998) ekstraksi hemiselulosa dapat menggunakan pelarut seperti NaOH, NH<sub>4</sub>OH dan KOH. Diantara ketiga pelarut tersebut yang paling baik digunakan adalah NaOH. Hemiselulosa memiliki struktur amorf sehingga penggunaan NaOH dapat menghilangkan lignin sekaligus mengekstraksi hemiselulosa. Proses pemutusan ikatan lignin dengan selulosa dengan menggunakan NaOH dapat dilihat pada Gambar 2.4


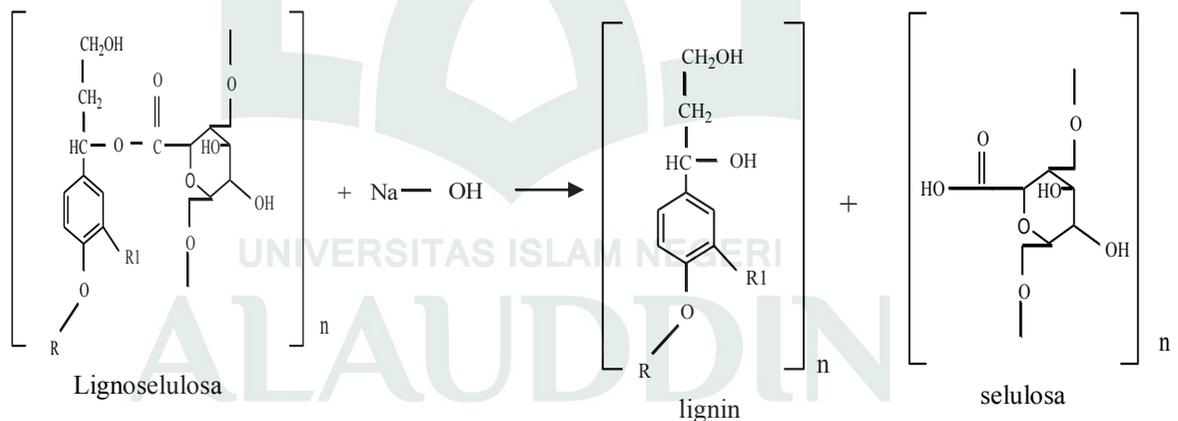


Gambar 2.4 Pemutusan Ikatan Lignin dan Selulosa

### c. Proses Sulfit

Proses ini menggunakan larutan pemasak kalsium, magnesium, ammonia atau sodium bisulfit yang mengandung kelebihan sulfur dioksida atau asam sulfit. Tahap yang dilakukan pada proses ini adalah tahap pemasakan (terjadi pemutusan rantai lignin dan selulosa), tahap pencucian (proses pencucian larutan pemasak dari proses

pemasakan), tahap *bleaching* (pemutihan untuk meningkatkan kemurnian). Bahan baku yang digunakan biasanya kayu lunak dan larutan pemasak  $\text{SO}_2$  dan  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ . Reaksi pembuatan larutan pemasak adalah:



Lignin yang terikat pada selulosa akan bereaksi dengan larutan  $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$  membentuk lignin sulfonat dengan reaksi sebagai berikut:



### 3. Secara Semi Kimia

Proses ini merupakan gabungan dari proses kimia dan mekanik. Untuk memisahkan serat dipakai daya kimia, sedangkan yang tak hancur menggunakan proses mekanik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses delignifikasi ini adalah waktu pemasakan, konsentrasi larutan pemasak, pencampuran bahan, perbandingan larutan pemasak dengan bahan baku, ukuran bahan, suhu dan tekanan dan konsentrasi katalis (Purnawan, dkk., 2012: 3).

Metode isolasi lignin yang pertama kali dinamakan lignin asam karena biasanya memanfaatkan asam-asam seperti  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HCl}$  atau campurannya. Konsentrasi  $\text{H}_2\text{SO}_4$  biasanya berkisar dari 68-78% (biasanya 72%) kemudian diikuti dengan konsentrasi yang jauh lebih encer untuk menyempurnakan hidrolisis polisakarida. Semua pemisahan lignin dengan metode asam ini selalu mengakibatkan kondensasi lignin dan masuknya unsur Sulfur atau Clor. Lignin yang diperoleh

dengan cara ini tak mungkin digunakan untuk penelitian struktur (Manurung, 2009: 8).

### **E. Manfaat Lignin**

Lignin yang berasal dari lindi hitam merupakan buangan dari pembuatan pulp yang dapat digunakan sebagai bahan perekat dimulai dari pemasakan kayu dengan proses soda. Pemanfaatan lignin dari lindi hitam didasari pada pengurangan ketergantungan terhadap kebutuhan perekat sintetik sebagai hasil olahan asal minyak bumi yang merupakan sumber daya yang tidak terbarukan, mengurangi pencemaran lingkungan dan merupakan usaha untuk menekan biaya produksi pembuatan perekat (Batubara, 2009: 207).

Semua yang diciptakan oleh Allah swt baik itu yang ada di darat maupun di laut memiliki manfaat bagi seluruh makhluk-Nya yang ada di alam raya ini merupakan sedekah bagi kita. Salah satu tuntunan terpenting dalam hubungannya dengan alam adalah menjaga keseimbangan alam/lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Allah swt menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Seperti dalam firman-Nya dalam QS. Al-Mulk/67: 3:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَإِذْ جَعَلْنَا الْأَرْضَ عِلْقًا مَّوْجًا ۖ وَجَعَلْنَا الجِبَالَ أَوْتَادًا ۗ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ رُجُومًا مَّحْمُولًا ۗ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ ۙ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Terjemahnya:

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?

Kata (تَفَوُّت) *tafawut* pada mulanya berarti kejauhan. Dua hal yang berjauhan mengesankan ketidakserasian. Dari sini kata tersebut diartikan tidak serasi atau tidak seimbang. Bahwa Allah menciptakan langit bahkan seluruh makhluk dalam keadaan seimbang sebagai rahmat, karena seandainya ciptaan-Nya tidak seimbang, tentulah akan terjadi kekacauan antara yang satu dan yang lain dan ini pada gilirannya akan mengganggu kenyamanan hidup manusia (Shihab, 2002: 201).

Maksud dari ayat tersebut yaitu agar senantiasa menjaga keseimbangan di alam, salah satunya menjaga keseimbangan hutan dan lingkungan disekitar agar tidak merugikan satu sama lain.

Kemampuan lignin untuk meredam kekuatan mekanis yang dikenakan pada kayu, memungkinkan usaha pemanfaatan lignin sebagai bahan perekat (*adhesive*) dan bahan pengikat (*binder*) pada papan partikel (*particle board*) atau kayu lapis (*plywood*). Ketahanan terhadap perlakuan biokimia (fisiologis) dan perlakuan kimia di dalam batang melalui mekanisme enzimatik dan reaksi redoks memungkinkan lignin untuk diolah menjadi zat antioksidan (Lubis, 2007: 11).

#### **F. Perekat Lignin**

Perekat (*adhesives*) adalah suatu yang memiliki kemampuan untuk mempersatukan bahan sejenis melalui ikatan permukaan. Jika dilihat dari reaksi perekat terhadap panas, maka perekat dapat dibedakan atas perekat termoset dan termoplastis. Perekat termoset merupakan perekat yang dapat mengeras bila terkena panas dan reaksinya tidak dapat balik. Perekat jenis ini jika sudah mengeras, maka tidak dapat lagi menjadi lunak. Contoh perekat yang termasuk jenis ini adalah fenol formaldehida, isosionat dan resorsinol formaldehida. Perekat termoplastis adalah perekat yang dapat melunak jika terkena panas dan menjadi mengeras jika suhunya

telah turun. Contoh perekat jenis ini adalah *polyvinyl adhesive*, *cellulose adhesive*. persyaratan mutu fenol formaldehid cair untuk perekat kayu lapis dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Maysarah dan Herlina, 2015: 59).

**Tabel 2.1. Persyaratan Mutu Fenol Formaldehida Cair untuk Perekat Kayu Lapis**

Pengujian	Berdasarkan SNI 06-4567-1998
Bentuk	Cair
Kenampakan	Merah Kehitaman dan Bebas dari Kotoran
pH (25°C)	10,0 - 13,0
Kekentalan (25°C)	130 – 300
Berat Jenis (25°C)	1,165 - 1,200
Sisa Penguapan	7 - 45%
Masa Gelatinasi (100°C)	> 30 menit

Isolat lignin yang diperoleh dari lindi hitam memiliki struktur kimia yang dominan terdiri atas siringil dan guasil (49%) dengan nisbah siringil terhadap guaisil sebesar 1: 2,5, serta mengandung gugus fungsi khas, yaitu hidroksifenolik dan metoksil. Lignin ini efektif bila digunakan secara bersama dengan resorsinol dalam bereaksi dengan formaldehida, sehingga dalam kondisi basa terbentuk kopolimer lignin resorsinol formaldehida, sebagai perekat kempa dingin untuk kayu lamina (Ruhendi dkk, 2007 dalam Manurung, 2009: 11).

#### **G. FTIR (*Fourier Transformed Infrared*) Thermo Fisher Scientific**

Spektroskopi FTIR merupakan suatu teknik yang didasarkan pada vibrasi atom dalam suatu molekul. Spektrum dihasilkan melalui pelewatan sinar inframerah pada sampel uji dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan fraksi dalam molekul yang menyerap sinar tersebut pada tingkatan energi tertentu. Energi pada tiap puncak

dalam spektrum absorpsi yang muncul berhubungan dengan frekuensi vibrasi dari bagian senyawa dari sampel tersebut. Keuntungan analisa menggunakan alat ini adalah dapat menguji semua bentuk sampel berupa cairan, larutan, pasta, serbuk ataupun gas. Gambar alat FTIR seperti yang terlihat pada Gambar 2.5 (Syafiqoh, 2014: 18).



Gambar 2.5 Alat FTIR Thermo Fisher Scientific

Spektrum inframerah suatu molekul adalah hasil transisi antara tingkat energi getaran (vibrasi) yang berlainan. Inti-inti atom yang terikat oleh ikatan kovalen mengalami getaran (vibrasi) atau osilasi (*oscillation*), dengan cara serupa dengan dua bola yang terikat oleh suatu pegas. Bila suatu molekul menyerap radiasi inframerah, energi yang diserap menyebabkan kenaikan dalam amplitudo getaran atom-atom yang terikat itu. Jadi molekul ini berada dalam keadaan *vibrasi tereksitasi (excited vibrational state)*; energi yang diserap ini akan dibuang dalam bentuk panas bila molekul itu kembali ke keadaan dasar. Panjang gelombang eksak dari absorpsi oleh suatu tipe ikatan, bergantung pada macam getaran dari ikatan tersebut. Oleh karena itu, tipe ikatan yang berlainan (C-H, C-C, C=O, C=C, O-H dan sebagainya) menyerap radiasi inframerah pada panjang gelombang yang berlainan. Dengan

demikian spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu molekul (Supratman, 2010: 66).

Identifikasi setiap absorpsi ikatan yang khas dari setiap gugus fungsi merupakan basis dari interpretasi spektrum inframerah. Seperti regangan OH memberikan pita serapan yang kuat pada daerah  $3350\text{ cm}^{-1}$ . Beberapa daerah serapan yang khas dapat dilihat pada tabel 2.2 dapat digunakan pada interpretasi awal dari spektrum inframerah (Dachriyanus, 2004: 26).

**Tabel 2.2.** Daftar bilangan gelombang dari berbagai jenis ikatan

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )
C=O keton	1700-1725
C=O Aldehida	1720-1740
C=O asam karboksilat	1700-1725
C=O ester	1735-1750
C=O amina	1630-1690
C=N amina	1480-1690
C=C aromatik	1650-1450
O-H alcohol	3200-3600
O-H asam karboksilat	3600-2500
C-H alkana	3000-2850
C-H alkena	3020-3000
C-O eter	1120-1140
C-O ester	1300-1000

Sumber: Dachriyanus (2004 ).

Identifikasi pita absorpsi khas yang disebabkan oleh berbagai gugus fungsi merupakan dasar penafsiran spektrum inframerah. Jadi frekuensi regang O-H menimbulkan pita absorpsi kuat di daerah  $3350\text{ cm}^{-1}$ . Adanya pita kuat di daerah  $3350\text{ cm}^{-1}$  pada spektrum inframerah suatu senyawa merupakan petunjuk kuat bahwa molekul itu mengandung gugus fungsi O-H. Bagan berikut ini akan menunjukkan teknik yang digunakan untuk menafsirkan spektrum inframerah (Crewell, 1982: 77).

Menurut Supratman (2010: 72-74), spektrometer inframerah umumnya merupakan spektrometer *double-beam* (berkas ganda) dan terdiri dari lima bagian utama: sumber radiasi, daerah cuplikan fotometer, kisi difraksi (monokromator) dan detektor.

#### 1. Sumber Radiasi

Radiasi inframerah biasanya dihasilkan oleh pemijar Nerst dan Gobar. Pemijar Nerst merupakan batang cekung dari Sirkonium dan Yttrium oksida yang dipanasi hingga  $1500^{\circ}\text{C}$  dengan arus listrik. Pemijar Gobar merupakan batang Silikon karbida yang dipanasi hingga  $1200^{\circ}\text{C}$ , sehingga memancarkan radiasi kontinu pada daerah  $1\text{-}40\ \mu\text{m}$ .

#### 2. Monokromator

Monokromator terdiri dari sistem celah masuk dan celah keluar, alat pendispersi yang berupa kisi difraksi atau prisma dan cermin untuk memantulkan dan memfokuskan sinar. Bahan prisma adalah natrium klorida, kalium bromida, sesium bromida dan litium flourida. Prisma natrium klorida paling banyak digunakan, karena dispersinya tinggi untuk daerah  $5,0\text{-}16\ \mu\text{m}$ , tetapi kurang baik untuk daerah antara  $1,0\text{-}5,0\ \mu\text{m}$ .

### 3. Detektor

Sebagian besar alat modern menggunakan detektor panas. Detektor fotolistrik tidak dapat digunakan untuk mendeteksi sinar inframerah, karena energi foton inframerah tidak cukup besar untuk membebaskan elektron dari permukaan katoda.

Menurut Syafiqoh (2014: 19), proses dari alat instrument spektroskopi FTIR yaitu:

- a. Sumber energi: energi inframerah dipancarkan dari sebuah sumber yang disebut glowing *black-body* dan sinar yang dihasilkan dilewatkan melalui celah yang dapat mengontrol jumlah energi yang mengenai sampel.
- b. Interferometer: sinar memasuki interferometer dimana sinar tersebut akan diubah menjadi sinyal interferogram yang akan keluar dari interferometer.
- c. Sampel: sinar memasuki ruang sampel kemudian diteruskan/dipantulkan dari permukaan sampel tergantung dari jenis analisis yang digunakan.
- d. Detektor: sinar diteruskan pada detektor sebagai pengukuran akhir.
- e. Komputer: sinyal yang telah diukur akan terbaca/terekam pada komputer sebagai kromatogram.

Menurut Chadijah (2011: 229), mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang ada pada lignin dengan menggunakan alat FTIR seperti pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.** Bilangan Gelombang Gugus Lignin

Standar Kisaran Pita Serapan ( $\text{cm}^{-1}$ )	Keterangan Gugus Fungsi
3400-3450	OH fenolik
1660-1675	Vibrasi ulur C=O
1505-1515	Vibrasi ulur C=C
1460-1470	Vibrasi cincin aromatik
1000-1260	Senyawa fenolik

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat***

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juni 2018 di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Riset UIN Alauddin Makassar.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah FTIR Thermo Fisher Scientific, neraca analitik, oven, pH meter, piknometer, gelas ukur 50 mL, gelas kimia 250 mL, pipet skala 5 mL dan 10 mL, tabung reaksi, pipet tetes, gecep, batang pengaduk, botol semprot, cawan porselin dan bulp.

##### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aquadest ( $H_2O$ ), aluminium foil, ampas tebu, asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 0,002 M, aquadest ( $H_2O$ ), formaldehida, etanol 96%, kertas pH universal, kertas saring, label, natrium hidroksida, (NaOH) 5%, 10%, 15%, 0,0125 M dan 0,1 N, tisu dan resorsinol.

#### ***C. Prosedur Penelitian***

##### **1. Preparasi Sampel**

Ampas tebu yang diperoleh dari pabrik PTPN XIV Persero Gula Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dicuci bersih lalu ditiriskan. Selanjutnya ampas tebu dikeringkan di udara terbuka (sinar matahari).

## **2. Proses Delignifikasi**

Ampas tebu dimasukkan ke dalam autoklaf sebanyak 100 gr yang ditambahkan NaOH 2% pada suhu 121°C dan tekanan 1,08 atm dengan perbandingan sampel dan larutan pemasak 1:15 selama 120 menit. Selanjutnya residu dan filtrat dipisahkan dari hasil pemasakan. Proses yang sama dilakukan untuk konsentrasi NaOH 4% dan 6% (Trifany, 2014).

## **3. Proses Pengendapan Lignin**

Filtrat hasil delignifikasi diendapkan dengan menambahkan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 0,002 M secara perlahan-lahan (1 mL per menit) hingga pH=2. Endapan lignin yang terbentuk dilarutkan dengan larutan NaOH 0,1 N agar lignin yang tidak ikut mengendap terlarut sama yang mengendap tadi dan disaring. Selanjutnya diendapkan lagi dengan  $H_2SO_4$  agar lebih banyak lagi lignin yang ikut mengendap. Kemudian endapan lignin yang diperoleh dicuci dan dibilas dengan menggunakan aquadest hingga netral. Selanjutnya proses pemanasan dilakukan di dalam oven pada suhu 70°C selama 3 jam kemudian endapan lignin ditimbang untuk menentukan kadar lignin dari filtrat ampas tebu, lalu dihaluskan. Lignin yang diperoleh, siap untuk digunakan sebagai bahan perekat (Batubara, 2009). Untuk melihat serapan dari lignin yang di peroleh dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR.

## **4. Uji Karakterisasi Lignin Hasil Delignifikasi dengan FTIR**

Lignin hasil delignifikasi  $\pm$  1 gram ditambahkan dengan beberapa gram KBr dengan perbandingan 1:10 lalu digerus hingga halus. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam pellet press secara merata dengan menggunakan pompa hidrolis pada tekanan 47 atm selama  $\pm$  5 menit. Selanjutnya pellet yang terbentuk dipindahkan dengan hati-hati ke dalam sel holder menggunakan spatula. Setelah itu, diatur alat FTIR dengan kecepatan kertas pada posisi “normal”. Apabila skala kertas

sudah tepat, dengan cara yang sama dibuat spektrum infra merah dari sampel yang sudah disiapkan, kemudian ditentukan gugus fungsinya (Darti, dkk., 2014).

### **5. Pembuatan Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida**

Menimbang sesuai perhitungan perbandingan mol lignin (L): resorsinol (R): formaldehida (F) = 1 : 0,9 : 2 (contoh perhitungan di Lampiran 4) yaitu menimbang lignin dengan konsentrasi NaOH 2% sebanyak 3,5 g, resorsinol sebanyak 1,85 g dan formaldehida sebanyak 0,2275 g, kemudian mencampurkan ketiga bahan tersebut. Menambahkan NaOH 0,0125 M secukupnya dan diaduk sampai homogen. Hal yang sama dilakukan pada lignin dengan konsentrasi NaOH 4% sebanyak 8,5 g, resorsinol 4,5 g dan formaldehida sebanyak 0,5525 g serta pada lignin dengan konsentrasi NaOH 6% sebanyak 5,61 g, resorsinol 2,97 g dan formaldehida 0,36465 g (Maysarah dan Herlina, 2012).

### **6. Pengujian Kualitas Perekat**

#### **a. Berat jenis**

Menimbang bobot kosong piknometer (W1) dan ditambahkan air suling ke dalam piknometer hingga terisi penuh, kemudian ditutup rapat dan tidak ada gelembung udara yang terbentuk. Selanjutnya bagian luar piknometer dibersihkan dan dikeringkan, kemudian ditimbang (W2). Setelah itu, mengeluarkan air dari piknometer dan dibersihkan serta dikeringkan. Kemudian dimasukkan contoh uji perekat ke dalam piknometer hingga penuh dan ditutup rapat hingga tidak ada gelembung udara yang terbentuk. Selanjutnya bagian luar piknometer dibersihkan dan dikeringkan, kemudian ditimbang (W3). Hitung bobot jenis dengan persamaan:

$$\text{Bobot jenis} = \frac{(W3-W1)}{(W2-W1)} \quad (\text{Manurung, 2009})$$

**b. Derajat keasaman (pH)**

Pengukuran pH dilakukan dengan pH meter yaitu dengan standarisasikan pH meter dengan menggunakan larutan buffer pH 7 dan pH 10 dan contoh uji perekat dituangkan ke dalam gelas piala 100 mL secukupnya, kemudian dilakukan pengukuran pH pada contoh uji perekat (Manurung, 2009).

**c. Kandungan padatan yang tidak menguap**

Menimbang contoh uji perekat sebanyak 1,5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan (W1). Kemudian dipanaskan dalam oven selama 3 jam pada suhu 105°C dan didinginkan dalam desikator dan ditimbang (W2). Selanjutnya dihitung sisa penguapan dengan persamaan:

$$\text{Sisa penguapan (\%)} = (W2/W1) \times 100\% \text{ (Manurung, 2009)}$$

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Hasil penentuan kadar lignin dalam proses delignifikasi dengan menggunakan larutan pemasak berupa NaOH dengan konsentrasi berbeda-beda dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

**Tabel 4.1.** Konsentrasi NaOH Terhadap Kadar Lignin

No	Konsentrasi Larutan Pemasak NaOH	Kadar Lignin (%)
1.	2%	3,96
2.	4%	8,65
3.	6%	5,95

Tabel 4.1 menunjukkan konsentrasi NaOH optimum terdapat pada konsentrasi 4% yaitu sebesar 8,65%. Untuk mengetahui gugus fungsi yang ada pada lignin yang dihasilkan dari proses delignifikasi dengan menggunakan analisis FTIR dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

**Tabel 4.2.** Hasil Uji Gugus Fungsi Lignin

No	Bilangan Gelombang (cm <sup>-1</sup> ) Hasil Penelitian			Standar Kisaran Pita Serapan (cm <sup>-1</sup> )	Keterangan Gugus Fungsi
	2%	4%	6%		
1.	1042,85	1042,07	1043,42	1000-1260	Senyawa fenolik
2.	1462,03	1462,51	1462,30	1460-1470	Vibrasi cincin aromatik
3.	1509,68	1510,22	1509,88	1505-1515	Vibrasi ulur C=C
4.	1636,94	1599,53	1636,88	1660-1675	Vibrasi ulur C=O
5.	3434,68	3424,80	3411,92	3400-3450	OH fenolik

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji gugus fungsi tersebut dengan menggunakan FTIR merupakan gugus fungsi yang terdapat pada lignin. Kualitas perekat LRF yang dibuat tersebut dibandingkan dengan standar SNI dapat dilihat pada **Tabel 4.3**

**Tabel 4.3.** Karakteristik Perekat LRF dari Lignin Ampas Tebu

NO	Parameter	Perekat LRF 1:0,9:2			Berdasarkan SNI 06-4567- 1998
		NaOH 2%	NaOH 4%	NaOH 6%	
1	Bentuk	Cair	Cair	Cair	Cair
2	Kenampakan	Merah Kehitaman dan bebas dari kotoran	Merah Kehitaman dan bebas dari kotoran	Merah Kehitaman dan bebas dari kotoran	Merah Kehitaman dan bebas dari kotoran
3	pH (20°C)	12,1	12,0	12,0	10,0-13,0
4	Berat Jenis (25°C)	1,132	1,060	1,113	1,165-1,200
5	Sisa Padatan yang tidak menguap (%)	0,56%	1,10%	1,93%	7-45%

Tabel 4.3 menunjukkan kualitas perekat dari hasil lignin dengan konsentrasi NaOH 2%, 4% dan 6% yang diuji dari bentuk, kenampakan, pH, berat jenis dan sisa padatan yang tidak menguap yang dibandingkan dengan standar mutu perekat fenol formaldehida. Hasil uji pada berat jenis dan sisa padatan yang tidak menguap nilainya kurang dari standar nasional Indonesia (SNI).

## **B. Pembahasan**


### **1. Preparasi Sampel**

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ampas tebu karena mudah diperoleh dan belum dimanfaatkan secara maksimal dan ampas tebu juga banyak mengandung lignin yang nantinya dapat dibuat sebagai perekat. Ampas tebu yang digunakan berasal dari pabrik gula dan ampas tebu tersebut dibersihkan dengan air mengalir agar terpisah dari beberapa pengotor yang masih menempel pada ampas tebu kemudian mengeringkan ampas tebu tersebut dibawah sinar matahari langsung untuk mengurangi kandungan air pada ampas tebu.

### **2. Proses Delignifikasi**

Lignin pada penelitian ini diperoleh dari hasil delignifikasi ampas tebu dengan metode proses soda. Proses ini termasuk proses alkali dan senyawa alkali yang umum digunakan adalah natrium hidroksida (NaOH). Penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi NaOH (2%, 4% dan 6%). Adanya variasi konsentrasi NaOH bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimum NaOH terhadap lignin yang dihasilkan. Ampas tebu dimasak dengan larutan pemasak NaOH karena NaOH dapat melarutkan lignin yang terdapat pada ampas tebu.

Mekanisme delignifikasi oleh larutan NaOH dapat dilihat pada Gambar 4.1. Ion OH<sup>-</sup> dari NaOH akan memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar lignin sedangkan ion Na<sup>+</sup> akan berikatan dengan lignin membentuk natrium fenolat. Garam fenolat ini bersifat polar sehingga mudah larut dalam pelarut polar seperti pada teori Sutarno, dkk. (2013: 54).

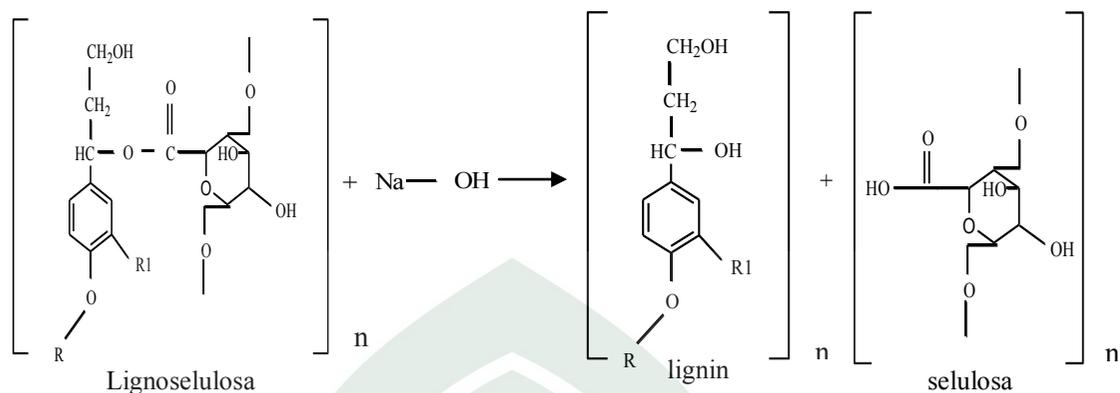

Gambar 4.1 Mekanisme Pemutusan ikatan antara lignin dan selulosa menggunakan NaOH


Hasil delignifikasi ampas tebu berupa residu dan filtrat yang disebut lindi hitam. Lindi hitam tersebut berwarna coklat kehitaman sesuai dengan teori Afni Ariani Lubis (2007:41) yang menyatakan bahwa warna coklat kehitaman dari sisa larutan pemasak disebabkan karena adanya bahan organik dan anorganik yang larut ataupun yang tersuspensi dalam larutan setelah proses pemasakan bahan baku.

### 3. Pengendapan Lignin

Tahap selanjutnya yaitu mengendapkan lignin dari lindi hitam. Menurut Afni Ariani Lubis (2007:43) pengendapan lignin dalam larutan sisa pemasak yang terjadi diakibatkan terjadinya reaksi kondensasi pada unit-unit penyusun lignin yang semula larut akan terpolimerisasi dan membentuk molekul yang besar.

Pengendapan lignin dari lindi hitam dilakukan dengan menggunakan asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). Penggunaan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dalam mengendapkan lignin ini lebih baik dibandingkan dengan menggunakan asam lain seperti HCl seperti dalam teori Kim, M.K. Hill dan A.L. Fricke (1987:112) yang menyatakan bahwa penggunaan  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dalam proses pengendapan lignin lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan HCl karena lignin yang dihasilkan mengandung kation logam seperti Na yang lebih rendah dibandingkan isolasi dengan menggunakan HCl.

Menurut Arianie dan Idiawati (2011: 144), peningkatan konsentrasi asam menyebabkan terjadinya protonasi gugus eter pada atom  $C\alpha$  dari benzil. Protonasi terjadi dan molekul alkohol terlepas menghasilkan sistem benzilium dan oksonium seperti pada Gambar 4.2. Daya larut lignin dipengaruhi oleh pH larutannya. Lignin akan larut pada pH tinggi yang disebut lindi hitam karena gugus hidroksil fenolat lignin berada dalam keadaan terionisasi membentuk garamnya dan bersifat polar. Pada pH rendah akibat penambahan asam, gugus hidroksil fenolat ini terprotonasi, berkondensasi, bersifat nonpolar dan akhirnya mengendap dalam pelarut polar. Selama proses isolasi, tersebut bisa terjadi kondensasi ion benzilium dengan suatu nukleofil.

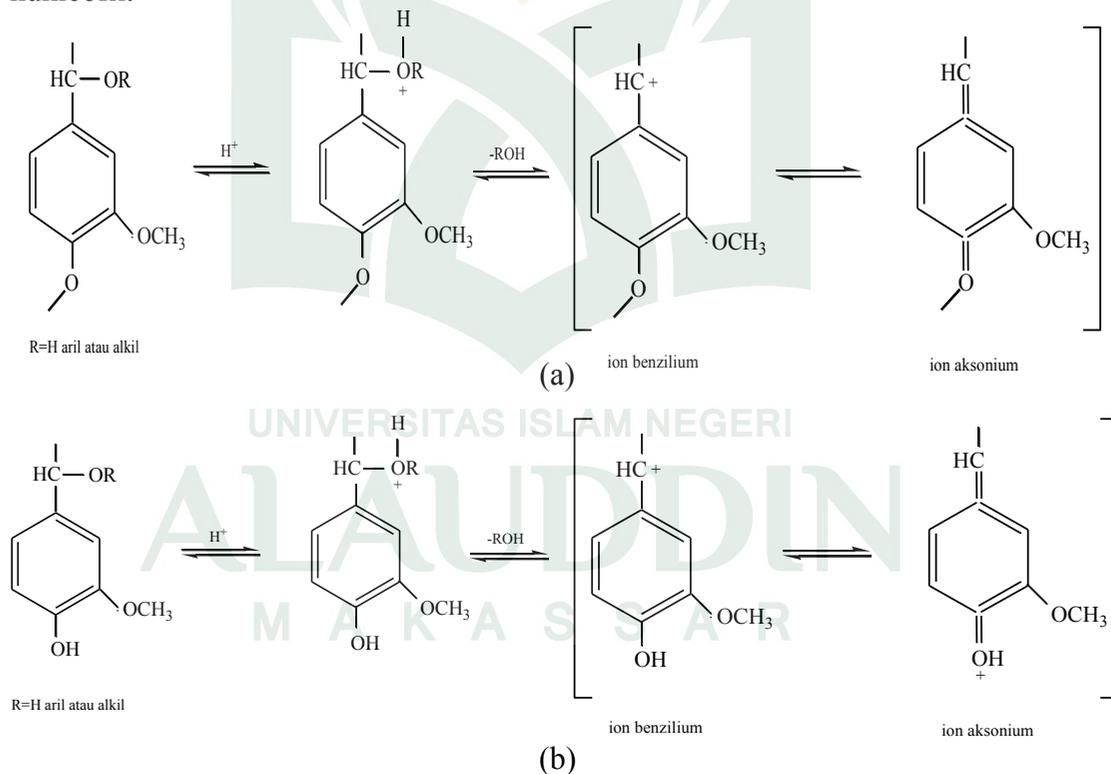


Gambar 4.2 Reaksi Gugus Protonasi Gugus Eter (a) Ion benzilium dan oksonium yang dihasilkan akibat penambahan asam pada lignin yang mengandung gugus fenolik eter (b) Ion benzilium dan oksonium yang dihasilkan akibat penambahan asam pada lignin yang mengandung gugus fenol

Lignin yang diperoleh berdasarkan variasi konsentrasi NaOH dapat dilihat pada Tabel 4.1, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOH yang digunakan maka semakin banyak pula lignin yang dihasilkan, tetapi pada konsentrasi NaOH 6% lebih sedikit lignin yang dihasilkan dibandingkan dengan lignin dengan konsentrasi NaOH 4% karena beberapa lignin ada yang tidak ikut mengendap pada proses pengendapan lignin sehingga lignin yang dihasilkan lebih sedikit.

#### 4. Uji Karakterisasi Lignin dengan FTIR

Analisa FTIR pada penelitian ini dilakukan dengan cara  $\pm 0,1$  gram lignin hasil delignifikasi yang ditambahkan KBr dengan perbandingan 1:10. Penggunaan KBr dengan menggunakan perbandingan tersebut bertujuan agar terbentuk pellet yang transparan sehingga mudah ditembus inframerah dan KBr tidak menghasilkan serapan dari inframerah sehingga yang teramati adalah serapan langsung dari sampel yang dianalisa. Hasil serapan lignin dengan 3 variasi konsentrasi dapat dilihat pada Gambar 4.3 bahwa ketiganya memiliki spektrum yang sama dan bilangan gelombang yang muncul sudah memenuhi gugus fungsi penyusun utama lignin yaitu senyawa fenolik, gugus cincin aromatik, gugus C=C, gugus C=O dan gugus OH fenolik.

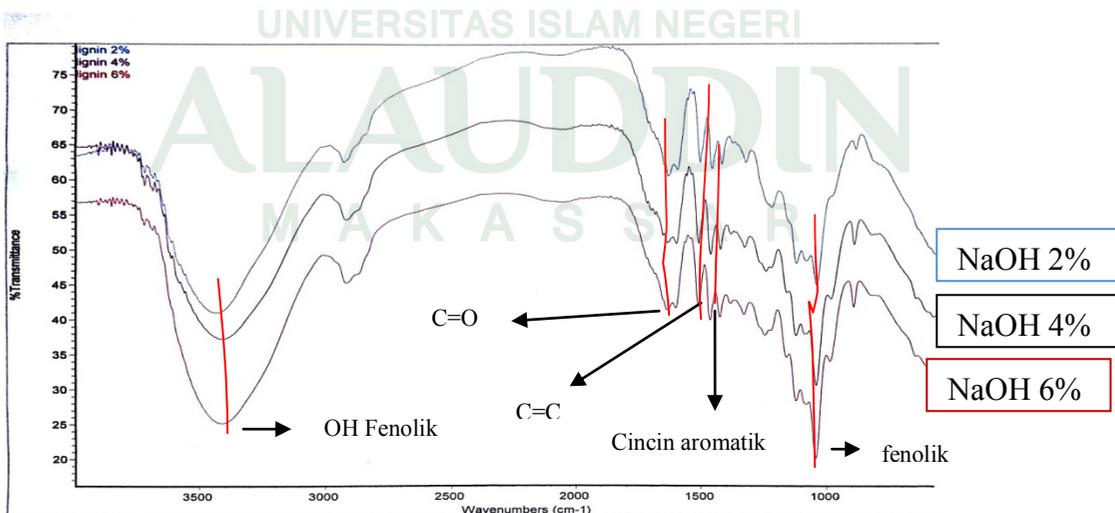

Gambar 4.3 Hasil Uji Gugus Fungsi Lignin

Hasil serapan lignin dengan konsentrasi NaOH 2%, 4% dan 6% dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang menunjukkan serapan pada gugus C=O pada lignin dengan konsentrasi 4%, nilai bilangan gelombang yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan standar lignin, hal ini karena lignin termasuk fenil propan yang berarti konjugasi antara cincin aromatik dengan C=O keton akan menurunkan frekuensi vibrasi regang C=O keton.

Ikatan OH fenolik menyerap pada bilangan gelombang yang lebih besar dari suatu asam yaitu antara  $3400-3450\text{ cm}^{-1}$ . Hasil serapan lignin pada gugus OH fenolik menunjukkan semakin besar konsentrasi NaOH maka bilangan gelombang yang dihasilkan semakin menurun. Hal itu dikarenakan pada proses penetralan menyebabkan adanya ikatan hidrogen seperti pada teori Dachriyanus (2004: 30) bahwa bilangan gelombang akan semakin besar jika alkohol tidak mengandung ikatan hidrogen.

Berdasarkan Gambar 4.3 grafik FTIR pada lignin dengan rentang bilangan gelombang antara  $400-4000\text{ cm}^{-1}$  dan dengan membandingkan gugus senyawa lignin standar dan hasil penelitian dapat dilihat bahwa telah sesuai dan relevan dengan gugus umum yang terdapat dalam lignin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut memang benar lignin.

## **5. Pengujian Kualitas Perekat**

Lignin yang dihasilkan dari proses delignifikasi ampas tebu ini memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai perekat lignin resorsinol formaldehid. Pemanfaatan lignin sebagai perekat ini karena lignin memiliki sifat sebagai pengikat sel-sel kayu satu sama lain, sehingga menjadi keras dan kaku serta mengakibatkan kayu mampu meredam kekuatan yang dikenakan kepadanya (Santoso, 2003).

Untuk mengetahui perekat lignin resorsinol formaldehida yang dihasilkan maka pengujian terhadap kualitasnya yaitu dilakukan dengan beberapa pengujian. Beberapa pengujian yang dilakukan untuk perekat lignin resorsinol formaldehid ini diantaranya yaitu berupa kenampakan, pH atau keasaman, berat jenis dan padatan yang tidak menguap.

#### **a. Bentuk dan Kenampakan**

Hasil uji kenampakan perekat LRF dapat dilihat pada Gambar 4.4 diperoleh perekat tersebut berbentuk cair dan memiliki kenampakan berwarna merah kehitaman dan bebas dari pengotor. Hal tersebut sudah sesuai standar mutu perekat fenol formaldehida pada SNI 06-4567-1998 yaitu bentuk perekat adalah cairan dan kenampakannya merah kehitaman dan bebas dari pengotor.



Gambar 4.4 Perekat LRF

Menurut Pizzi dalam Harisyah Manurung (2009), warna yang dihasilkan diduga berasal dari perpaduan lignin isolat dengan resorsinol yang merupakan senyawa fenolik mengandung 1 gugus hidroksi tambahan pada inti aromatik membentuk posisi meta.

#### **b. pH**

Keasaman atau pH merupakan banyaknya konsentrasi  $H^+$  pada suatu larutan. Pengujian pH pada perekat sangat dibutuhkan, karena perekat yang dihasilkan harus dalam keadaan basa supaya tidak merusak struktur kayu yang akan direkatkan.

Berdasarkan dari hasil rata-rata yang diperoleh pada penelitian ini, bahwa pH perekat lignin untuk berbagai perbandingan resorsinol formaldehid dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Histogram pH (Keasaman)


Nilai rata-rata pH perekat lignin resorsinol formaldehida dari seluruh percobaan yang dilakukan yaitu 12,0 yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. Hal tersebut sudah sesuai standar mutu perekat fenol formaldehida pada SNI 06-4567-1998 yaitu pada pH 10,0-13,0. Penambahan NaOH pada pembuatan perekat lignin resorsinol formaldehida ini berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi antara lignin, resorsinol dan formaldehida. Menurut Pizzi dalam Citaningtyas (2002), kenaikan pH diatas 3 mengakibatkan proses pereaksian semakin cepat. Hal ini terjadi karena katalis NaOH tersebut menyebabkan pengaktifan lignin dengan resorsinol dan formaldehida.

Sifat basa pada perekat ini disebabkan karena adanya penambahan NaOH 50% ke dalam larutan perekat. Sifat basa ini diperlukan untuk kesesuaian perekat agar tidak merusak struktur kayu yang direkat. Menurut Santoso (2003), pH resin

merupakan target akhir reaksi kondensasi yang disengaja diupayakan tanpa menimbulkan pengaruh negatif terhadap kayu (pH 8-11) dengan tujuan memperlambat reaksi polimerisasi sehingga resin cair stabil dalam waktu relatif lama selama penyimpanan.

### c. Berat Jenis

Berat jenis adalah perbandingan berat contoh terhadap berat air pada volume dan suhu yang sama. Nilai rata-rata dari berat jenis perekat lignin resorsinol formaldehid untuk berbagai variasi konsentrasi NaOH dapat dilihat pada Gambar 4.6.

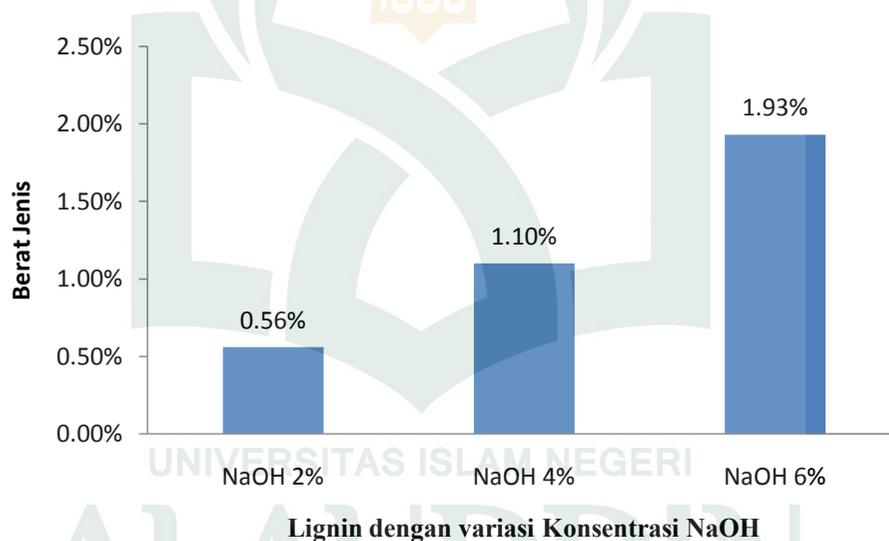


Gambar 4.6 Histogram Berat Jenis

Nilai berat jenis dari perekat LRF dapat dilihat pada Gambar 4.6 yaitu pada lignin dengan konsentrasi NaOH 2% adalah 1,132, pada lignin dengan konsentrasi NaOH 4% adalah 1,060 dan pada lignin dengan konsentrasi NaOH 6% adalah 1,113. Hal ini menunjukkan berat jenis pada penelitian ini tidak sesuai dengan standar mutu fenol formaldehida yang syarat berat jenisnya yaitu 1,165-1,200. Namun nilai yang diperoleh masih mendekati dari standar tersebut.

Menurut Setiawan dalam Medynda dkk (2012), berat jenis perekat dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusun perekat tersebut. Berat jenis perekat menunjukkan berat jenis masing-masing komponen penyusun perekat tersebut, semakin banyak komponen perekat yang berat jenisnya tinggi maka berat jenis perekat ini akan semakin tinggi.

#### d. Kandungan Padatan yang Tidak Menguap

Kadar padatan yang tidak menguap adalah kandungan resin padat yang tidak menguap selama proses pemanasan, dimana jumlah resin padat tersebut mempengaruhi kekuatan papan partikel yang akan direkatkan. Pengujian kadar padatan yang tidak menguap pada perekat lignin resorsinol formaldehida yang dihasilkan pada penelitian ini sangat penting, karena tinggi maupun rendahnya kadar padatan yang tidak menguap pada perekat akan mempengaruhi kualitas perekat yang dihasilkan. Nilai rata-rata dari kandungan padatan yang tidak menguap dengan variasi konsentrasi NaOH dapat dilihat pada Gambar 4.7.

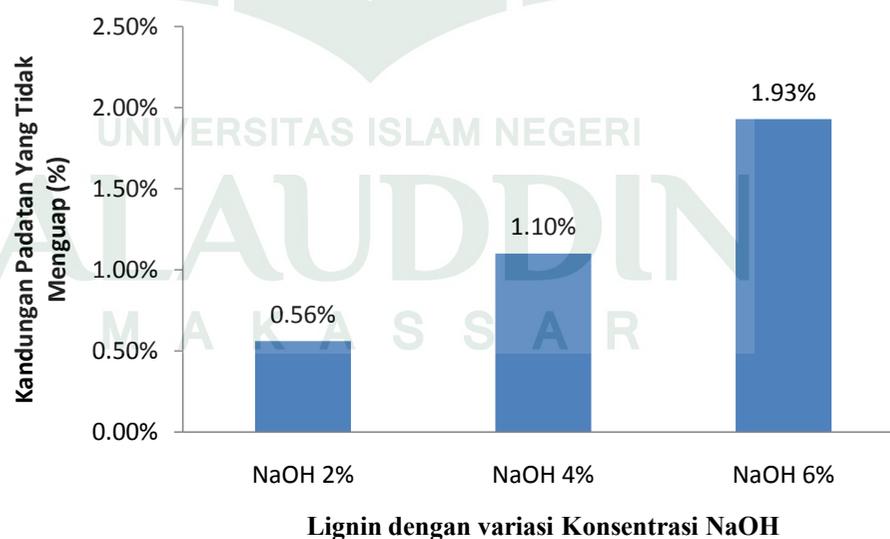

Gambar 4.7 Histogram Kandungan Padatan Yang Tidak Menguap

Nilai kandungan padatan yang tidak menguap dari perekat LRF dapat dilihat pada Gambar 4.7 yaitu pada lignin dengan konsentrasi NaOH 2% adalah 0,56%, pada lignin dengan konsentrasi NaOH 4% adalah 1,10% dan pada lignin dengan konsentrasi NaOH 6% adalah 1,93%. Hal ini menunjukkan kandungan padatan yang tidak menguap pada penelitian ini tidak sesuai dengan standar mutu fenol formaldehida yang syaratnya yaitu 7-45%. Namun nilai yang diperoleh masih mendekati dari standar tersebut.

Menurut Vick dalam Santoso (2003), ikatan rekat maksimum dapat dicapai jika perekat membasahi semua permukaan adheren sehingga terjadi kontak antara molekul perekat dan molekul kayu, dengan demikian daya tarik antar-molekul antara kayu dan perekat dapat lebih sempurna. Jadi peningkatan kadar resin padat cenderung meningkatkan kualitas perekatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai konsentrasi optimum NaOH terhadap kadar lignin yaitu pada konsentrasi 4% dengan kadar lignin sebesar 8,65%.
2. Hasil pengujian kualitas perekat berupa bentuk, kenampakan, pH telah sesuai dengan standar, akan tetapi berat jenis dan kandungan padatan yang tidak menguap nilainya kurang dari standar nasional Indonesia.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya melakukan pengaplikasian terhadap perekat agar dapat dilihat kualitas dari perekat melalui pengujian lebih lanjut tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Andriyanti, Wiwien, dkk. "Pembuatan dan Karakterisasi Polimer Superabsorben dari Ampas Tebu". *Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan* vol.13, 2012.
- Arianie, L., dan Idiawati, N. "Penentuan Lignin dan Kadar Glukosa dalam Hidrolisis Organosolv dan Hidrolisis Asam". *Jurnal Sains dan Terapan Kimia*, vol.5 no.2, 2011.
- Batubara, Ridwanti. "Pemanfaatan Lignin dari Lindi Hitam Sebagai Bahan Baku Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida (LRF)". *Visi* vol.17 no.2, 2009.
- Chadijah, Sitti. "Kinetika Delignifikasi Sabut Kelapa dengan Proses Peroksida Alkali pada Pembuatan Pulp". *Jurnal Teknosains Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar* vol.5 no.2, 2011.
- Citranintyas, E.R. "Kualitas Tanin Kulit Kayu Akasia (*Acacia mangium* Willd) dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Perekat. *Skripsi*. Bogor: Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan, 2002.
- Creswell, Clifford J. dan Malcolm M Campbell. *Analisis Spektrum Senyawa Organik*. Bandung: ITB, 1982.
- Dachriyanus. *Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi*. Padang: Universitas Andalas, 2004.
- Darti, dkk. "Produksi bioplastik dari Sorgum dan Selulosa Secara Termoplastik", *Jurnal Kimia dan Lingkungan* vol.10 no.2, 2014.
- Gunam, Ida Bagus Wayan, dkk., "Delignifikasi Ampas Tebu dengan Larutan Natrium Hidroksida sebelum Proses Sakarifikasi secara Enzimatis menggunakan Enzim Selulase Kasar dari *Aspergillus Niger* Fnu 6018". *Jurnal Teknologi Indonesia* vol.34, 2011.
- Gunam, I.B.W. dan Antara, N.S., "Study on Sodium Hydroxide Treatment of Com Stalk to Increase Its Cellulose Saccharification Enzymatically by Using Culture Filtrate of *Trichoderma reesei*". *Agric. Technol. J.*, vol.5 no. 1, 1999.
- Hespell, B. "Extraction and Characterization of Hemicellulose from Com Fiber Produced by Com Wet-Milling Processes". *J. Agric and Food Chem*, 1998.
- Indrawanto, Chandra. *Budidaya dan Pasca Panen Tebu*. Jakarta: ESKA Media, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Cv. Jumanatul Ali, 2011.
- Kim, H., M.K. Hill dan A.L. Fricke. "Preparation of Kraft Lignin From Black Liquor". *Tappi Journal* 12, 1987.


- Lubis, Afni Ariani, "Isolasi Lignin dari Lindi Hitam (*Black Liquor*) Proses Pemasakan Pulp Soda dan Pulp Sulfat (*Kraft*)". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Manurung, Harisyah, "Pemanfaatan Lignin dari Lindi Hitam Sebagai Bahan Baku Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida (LRF)". *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Maysarah, Siti dan Netti Herlina. "Pembuatan Perekat Lignin Resorsinol Formaldehid dari Natrium Lignosulfonat Tandan Kosong Kelapa Sawit". *Jurnal Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara*, 2012.
- Medynda, Marcelila. "Pengembangan Perekat Likuida Dari Limbah Kulit Buah Kakao (*Thebroma Cacao L.*)". *Skripsi*. Medan: Program Sarjana Fakultas Kehutanan USU, 2012.
- Purnawan C, dkk. "Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu Untuk Pembuatan Pembuatan Kertas Dekorasi dengan Metode Organosolv". Vol.4 no.2, 2012.
- Purnawan dan Cyrilla Indri Parwati. "Pembuatan Pulp dari Serat Aren (*Arenga pinnata*) dengan Proses Nitrat Soda". *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi*, 2014.
- Putera, Rizky Dirga Harya. "Ekstraksi Serat Selulosa dari Tanaman Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) dengan Variasi Pelarut". *Skripsi*. Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012.
- Rambe, Masdayani, dkk. "Pengaruh Katalis NaOH pada Proses Isolasi Lignin dari Tandan Kosong Kelapa Sawit". *Jurnal Teknik Kimia* vol.2 no.2, 2013.
- Ruhendi, Surdiding. "Kualitas Lignin Resorsinol Formaldehida Berbahan Dasar dari Lindi Hitam Sebagai Perekat Kayu Laminasi". *Jurnal II Pertanian Indonesia*. Vol.8 no.2, 1999.
- Setiati, Rini, dkk. "Optimasi Pemisahan Lignin Ampas Tebu dengan Menggunakan Natrium Hidroksida". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* vol.4 no.2, 2016.
- Santoso, Adi. "Komposisi Resin dan Kadar Adiktif dalam Perekat Lignin Resorsinol Formaldehida pada Kayu Lamina Kempas". *Jurnal Teknologi Hasil Hutan, Institut Pertanian Bogor* vol. 16 no. 2, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simatupang, Harmaja dan Andi Nata. "Studi Isolasi dan Rendemen Lignin dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS)". *Jurnal Teknik Kimia USU*. Vol.8 no.1, 2013.
- Supratman, Unang. *Elusidasi Struktur Senyawa Organik*. Padjadjaran: Widya Padjadjaran, 2010.
- Susilowati, dkk. "Pemanfaatan Lignin dari Limbah Kulit Buah Kakao". *Jurnal Teknik Kimia* vol.8 no.1, 2013.
- Sutarno, Rika Julfana, dkk. "Hidrolisis Enzimatik Selulosa Dari Ampas Sagu Menggunakan Campuran Selulase Dari *Trichoderma Reesei* Dan *Aspergillus Niger*". *JKK*. Vol.2 no.1, 2012.

- Syafiqoh, Fatimah. “Analisis Gelatin Sapi dan Gelatin Babi pada Produk Cangkang Kapsul Keras Obat dan Vitamin Menggunakan FTIR dan KCKT”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Trifany, Andi Wahyu. “Kinetika Delignifikasi Ampas Tebu dengan Proses Peroksida Alkali”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar, 2014.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema Umum Penelitian

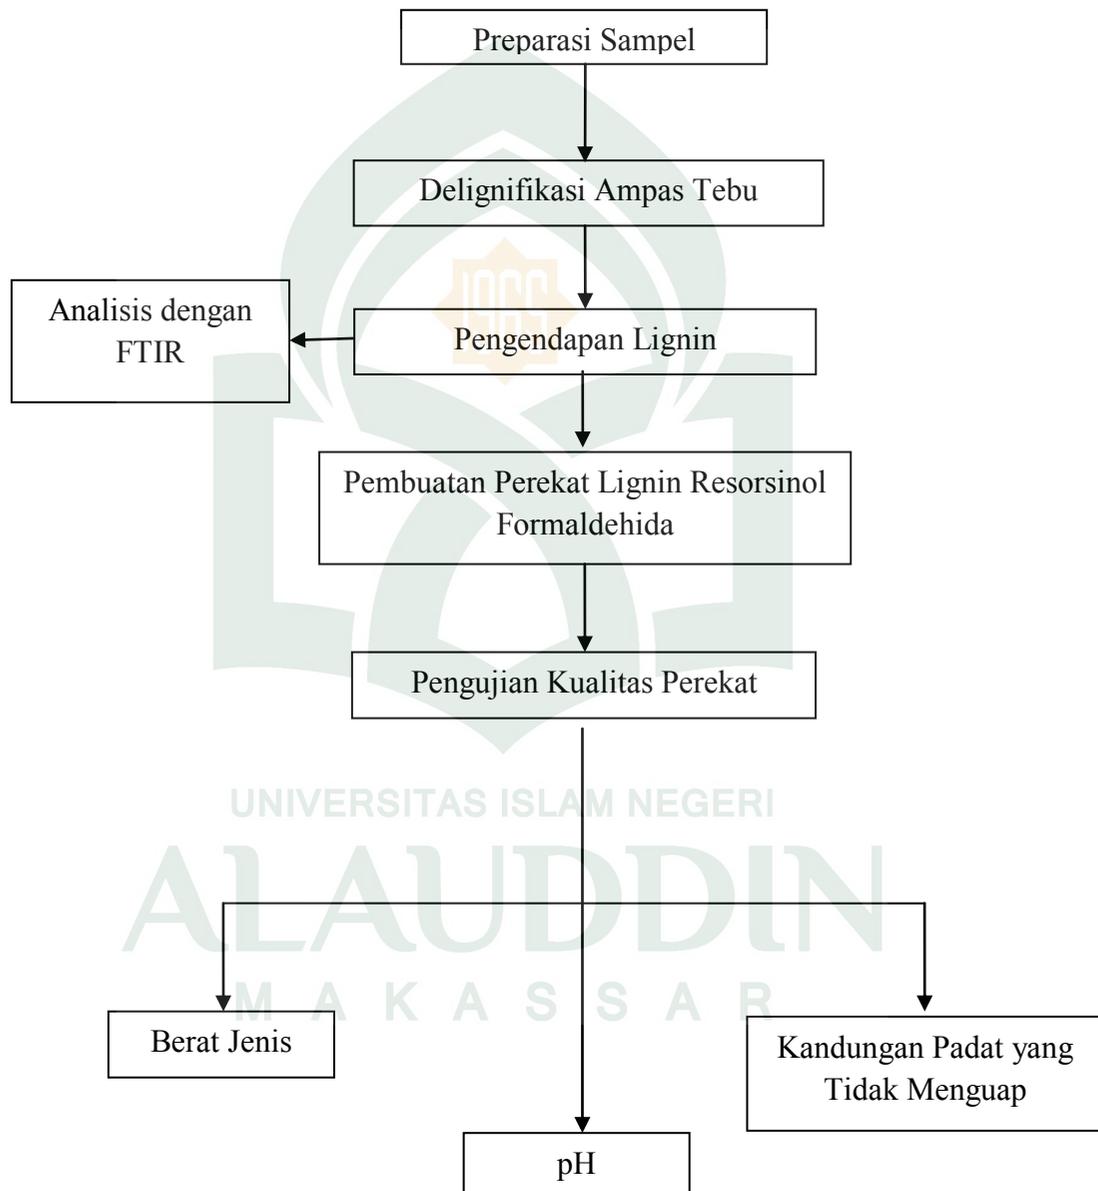

## Lampiran 2. Pembuatan Larutan NaOH dan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

### 1. Pembuatan Larutan NaOH 2%, 4%, 6%, 50% dan 0,1 N

Contoh perhitungan konsentrasi (% b/v) untuk pembuatan larutan NaOH 2%

(b/v) adalah sebagai berikut:

NaOH 2%

Vol. 1000 mL

$$\begin{aligned}\text{Berat NaOH} &= 2\% \times 1000 \text{ mL} \\ &= 20 \text{ g}\end{aligned}$$

Untuk konsentrasi NaOH 4%, 6% dan 50% dihitung dengan rumus yang sama seperti di atas. Contoh perhitungan pembuatan larutan NaOH 0,1 N adalah sebagai berikut:

NaOH 0,1 N

Mr NaOH = 40 g/mol

Vol. 100 mL = 0,1 L

$$\begin{aligned}\text{Berat NaOH} &= \text{Mr} \times \text{N} \times \text{V} \\ &= 40 \text{ g/mol} \times 0,1 \text{ N} \times 0,1 \text{ L} \\ &= 0,4 \text{ g}\end{aligned}$$

## 2. Pembuatan Larutan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 20%


H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 20% dalam 100 mL

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$100 \text{ mL} \times 20\% = V_2 \times 97\%$$

$$V_2 = \frac{2000 \text{ mL}}{97}$$

$$V_2 = 20,62 \text{ mL}$$

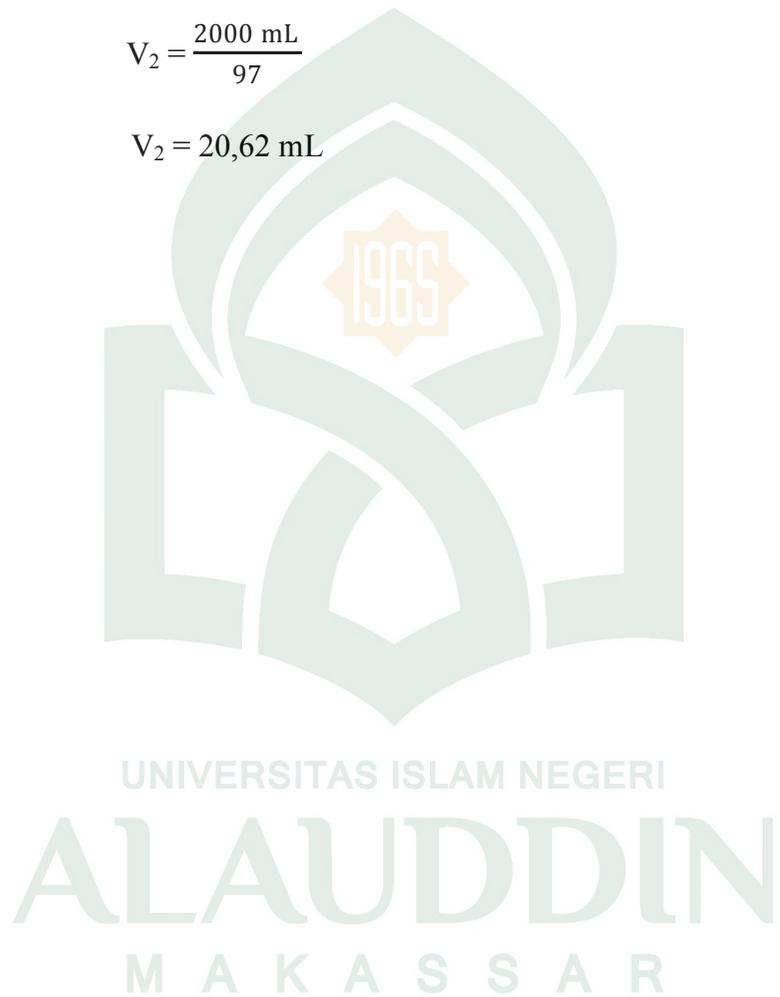

### Lampiran 3. Perhitungan Kadar Lignin

Contoh perhitungan kadar lignin dengan konsentrasi pelarut NaOH 2% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kadar Lignin} &= \frac{\text{Berat Lignin}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{3,96 \text{ g}}{100 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 3,96\%\end{aligned}$$

Untuk perhitungan kadar lignin dengan konsentrasi NaOH 4% dan 6% dihitung dengan rumus yang sama seperti di atas.

#### Lampiran 4. Perhitungan Perekat LRF 1:0,9:2

Lignin dengan konsentrasi NaOH 2%

$$\text{Berat Lignin} = 3,5 \text{ g}$$

$$\text{BM Lignin} = 231 \text{ g/mol}$$

$$\text{BM Resorsinol} = 110,1 \text{ g/mol}$$

$$\text{BM Formaldehida} = 30,03 \text{ g/mol}$$

$$\frac{\text{Berat Lignin}}{\text{Berat Resorsinol}} = \frac{\text{BM Lignin}}{\text{BM Resorsinol}} = \frac{\text{Mol Lignin}}{\text{Mol Resorsinol}}$$

$$\frac{3,5 \text{ g}}{\text{Berat Resorsinol}} = \frac{231 \text{ g/mol}}{110,1 \text{ g/mol}} = \frac{1}{0,9}$$

$$\text{Berat Resorsinol} = \frac{3,5 \text{ g} \times 110,1 \times 1}{231 \times 0,9}$$

$$\text{Berat Resorsinol} = \frac{385,35 \text{ g}}{207,9}$$

$$\text{Berat Resorsinol} = 1,85 \text{ g}$$

$$\frac{\text{Berat Lignin}}{\text{Berat Formaldehida}} = \frac{\text{BM Lignin}}{\text{BM Formaldehida}} = \frac{\text{Mol Lignin}}{\text{Mol Formaldehida}}$$

$$\frac{3,5 \text{ g}}{\text{Berat Formaldehida}} = \frac{231 \text{ g/mol}}{30,03 \text{ g/mol}} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Berat Formaldehida} = \frac{3,5 \text{ g} \times 30,03 \times 1}{231 \times 2}$$

$$\text{Berat Formaldehida} = \frac{105,105 \text{ g}}{462}$$

$$\text{Berat Formaldehida} = 0,2275 \text{ g}$$

Perhitungan perekat LRF untuk lignin dengan konsentrasi NaOH 4% dan 6%

dihitung dengan rumus yang sama seperti di atas.

## Lampiran 5. Perhitungan Kualitas Perekat LRF

### a. Berat Jenis Perekat

$$\text{Bobot jenis} = \frac{(W3-W1)}{(W2-W1)}$$

Ket : W1 = Bobot kosong piknometer

W2 = Bobot air

W3 = Bobot perekat

Lignin dengan konsentrasi NaOH 2%

$$W1 = 16,2746 \text{ g}$$

$$W2 = 25,9604 \text{ g}$$

$$W3 = 27,2407 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{Bobot jenis} &= \frac{(W3-W1)}{(W2-W1)} \\ &= \frac{(27,2407 \text{ g} - 16,2746 \text{ g})}{(25,9604 \text{ g} - 16,2746 \text{ g})} \\ &= \frac{10,9661 \text{ g}}{9,6858 \text{ g}} \end{aligned}$$

$$= 1,132$$

Untuk menghitung berat jenis perekat lignin dengan konsentrasi NaOH 4% dan 6% dihitung dengan rumus yang sama seperti di atas.

### b. Kandungan Padatan Yang Tidak Menguap

$$\text{Sisa penguapan} = (W2/W1) \times 100\%$$

Ket: W1 = Bobot Perekat sebelum dipanaskan

W2 = Bobot Perekat setelah dipanaskan

Lignin dengan konsentrasi NaOH 2%

$$W1 = 1,5103 \text{ g}$$

$$W2 = 27,2533 \text{ g} - 27,2447 \text{ g} = 0,0086 \text{ g}$$

$$\text{Sisa Penguapan (\%)} = (W2/W1) \times 100\%$$

$$= \frac{0,0086 \text{ g}}{1,5103 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,0056 \times 100\%$$


$$= 0,56\%$$

Perhitungan sisa penguapan (%) untuk lignin dengan konsentrasi NaOH 4% dan 6% dihitung dengan rumus yang sama seperti di atas.

## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian




Ampas Tebu



Lindi Hitam



Perekat




Lignin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

MAKASSAR


### Lampiran 7. Uji Karakterisasi Lignin dengan FTIR

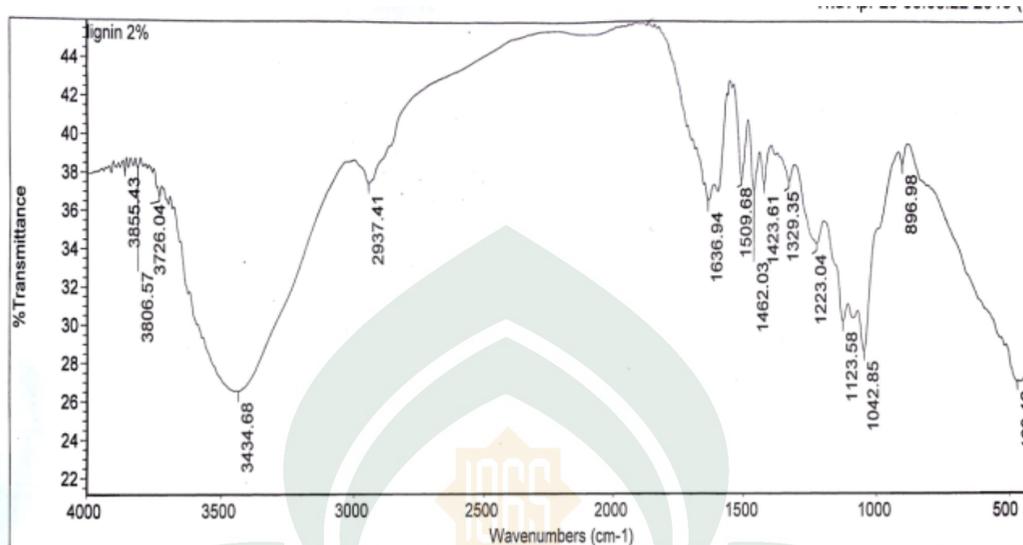

Hasil Uji Gugus Fungsi Lignin dengan Konsentrasi NaOH 2%

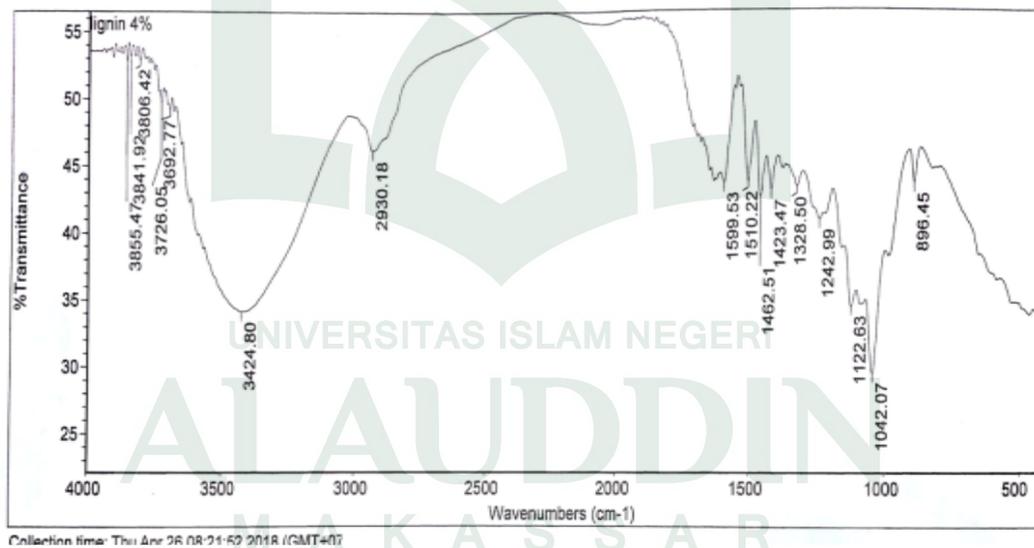

Hasil Uji Gugus Fungsi Lignin dengan Konsentrasi NaOH 4%

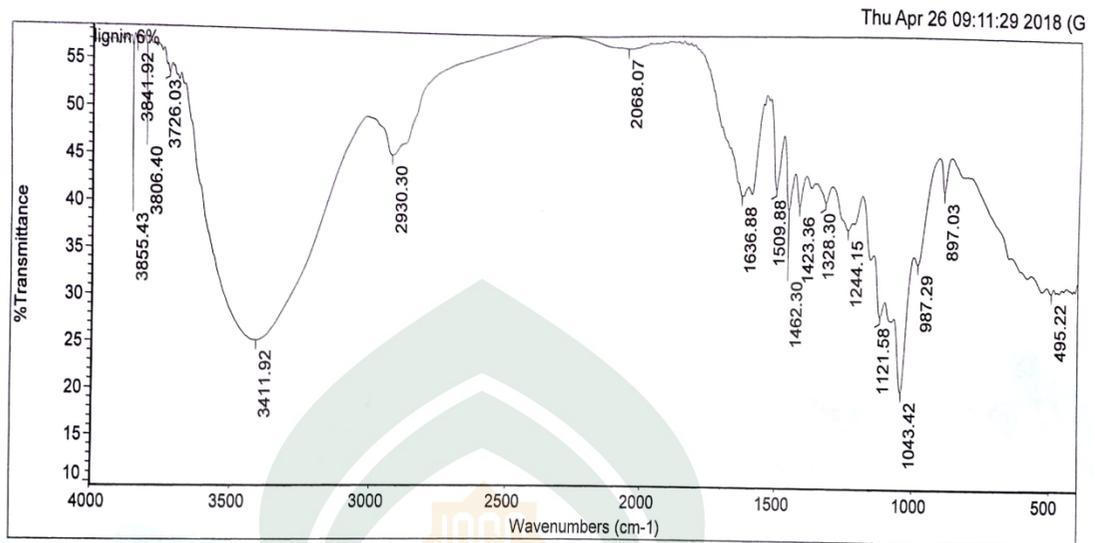

Hasil Uji Gugus Fungsi Lignin dengan Konsentrasi NaOH 6%

## RIWAYAT HIDUP



**INDO ESSE**, gadis yang biasa disapa “**INES**” ini dilahirkan di Wonokerto, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 april 1995. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Merupakan anak dari pasangan H.Dg.Matase dan Hj.Rohani. Mulai mengecap pendidikan formal pada tahun 2001 dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 183 Sumber Baru dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ketingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sukamaju dan lulus pada tahun 2011, dan dengan keinginan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik lagi pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ketingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sukamaju dan berhasil menyelesaikan studi SMA-nya pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama pula, penulis mengikuti pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN) jalur prestasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Alhamdulillah sekarang tercatat sebagai mahasiswa Jurusan “KIMIA” Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R