

**PENGARUH PENAMBAHAN KITOSAN DAN GELATIN TERHADAP  
KUALITAS *BIODEGRADABLE FOAM* BERBAHAN BAKU  
PATI BIJI NANGKA (*Artocarpus heterophyllus*)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

1965  
**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**IRMA NURFITASARI**

**60500114052**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irma Nurfitasari  
NIM : 60500114052  
Tempat/Tgl. Lahir : Wotu/28 April 1996  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jalan Mustafa Dg. Bunga, Romang Polong  
Judul : Pengaruh Penambahan Kitosan Dan Gelatin Terhadap Kualitas *Biodegradable Foam* Berbahan Baku Pati Biji Nangka (*Artocarpus Heterophyllus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2018

Irma Nurfitasari  
NIM: 60500114052

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Penambahan Kitosan dan Gelatin Terhadap Kualitas *Biodegradable Foam* Berbahan Baku Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)” yang disusun oleh Irma Nurfitasari, NIM: 60500114052, mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan di pertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 12 November 2018 M, bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 12 November 2018  
3 Rabiul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Kurnia Ramadhani, S.Si., M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I	(.....)
Munaqisy II	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag**  
Nip. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengaruh Penambahan Kitosan Dan Gelatin Terhadap Kualitas *Biodegradable Foam* Berbahan Baku Pati Biji Nangka (*Artocarpus Heterophyllus*)”. Salam dan shalawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kebaikan dan cahaya kepada umatnya.

Terima kasih penulis ucapkan kepada setelah pihak yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta, Suwarno, S.Pd dan Tusiayah untuk doa, motivasi, dukungan yang selalu membangkitkan semangat. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada bapak/ibu:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si, M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya mulai dari awal penelitian hingga akhir penyusunan ini.
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan selaku pembimbing II yang

telah banyak memberikan arahan dan bimbingannya mulai dari awal penelitian hingga akhir penyusunan ini.

5. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Muhsin Mahfudz, S.Ag., M.Th.I. selaku Penguji II sekaligus Penguji Agama yang sudah banyak memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh staf Jurusan Kimia serta staf akademik dalam lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah mendidik, memberikan ilmu dan informasi kepada penulis saat melaksanakan penelitian.
8. Para Sahabat-Sahabatku (Seluruh angkatan Kimia 2014) terkhusus Vonja Natalia, Ary Zulqaidah R. Suci dan Kharisma Aulia atas segala Bantuan, Motivasi dan segala bentuk Rasa Emosi yang telah hadir selama ini. Semoga keberkahan selalu menyertai mereka.
9. Syaifuddin Gauzi, S.Pd yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat dan motivasi selama ini.
10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, tiada harapan yang paling indah selain harapan bahwa apa yang penulis lakukan selama ini untuk penyusunan skripsi ini dapat bernilai positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Samata-Gowa, November 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-6
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7-25
A. Pati .....	7
B. Nangka ( <i>Artocarpus heterophyllus</i> ).....	9
C. Kitosan .....	12
D. Gelatin.....	14
E. Gliserol.....	17
F. <i>Biodegradable Foam</i> .....	18
G. Karakteristik <i>Biodegradable Foam</i> .....	21

H. FTIR ( <i>Fourier Transform Infrared</i> ).....	23
I. Analisis Data.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	26-31
A. Waktu dan Tempat .....	26
B. Alat dan Bahan.....	26
C. Prosedur Kerja.....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	32-43
A. Hasil Penelitian .....	32
B. Pembahasan.....	34
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	45
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	49
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	63

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Komposisi Kimia Biji Nangka .....	10
Tabel 2.2 Mutu Standar Kitosan.....	14
Tabel 2.3 Standar SNI .....	19
Tabel 2.4 Faktor Biodegradasi.....	20
Tabel 2.5 Gugus Fungsi Pendegradasi Biofoam .....	24
Tabel 4.1 Uji Daya Serap Air Biofoam dari Pati Biji Nangka ( <i>Artocarpus heterophyllus</i> ).....	32
Tabel 4.2 Uji Tingkat Biodegradasi Biofoam dari Pati Biji Nangka ( <i>Artocarpus heterophyllus</i> ).....	32
Tabel 4.3 Uji Kuat Tarik Biofoam dari Pati Biji Nangka ( <i>Artocarpus heterophyllus</i> ).....	33
Tabel 4.4 Analisis Gugus Fungsi Biofoam dari Pati Biji Nangka ( <i>Artocarpus heterophyllus</i> ) Sebelum dan Setelah Degradasi Menggunakan FTIR .....	33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gamabr 2.1 Struktur Amilosa.....	7
Gambar 2.2 Struktur Amilopektin.....	8
Gambar 2.3 Biji Nangka.....	9
Gambar 2.4 Struktur Kitosan.....	13
Gambar 2.5 Struktur Gelatin.....	15
Gambar 2.6 Struktur Gliserol.....	18



## DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Skema Umum Penelitian .....	49
Lampiran 2	Perhitungan Kadar Pati .....	50
Lampiran 3	Contoh Perhitungan Daya Serap Air .....	50
Lampiran 4	Contoh Perhitungan Tingkat Biodegradasi .....	51
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian .....	52
Lampiran 6	Hasil Analisis Gugus Fungsi .....	53
Lampiran 7	Hasil Statistik Uji Anova .....	58
Lampiran 8	Hasil Statistik Nilai Optimum .....	61



## ABSTRAK

**Nama : Irma Nurfitasari**  
**NIM : 60500114052**  
**Judul : “Pengaruh Penambahan Kitosan Dan Gelatin Terhadap Kualitas *Biodegradable Foam* Berbahan Baku Pati Biji Nangka (*Artocarpus Heterophyllus*)**

---

*Biodegradable foam* merupakan kemasan alternatif pengganti *styrofoam* yang terbuat dari pati yang bersifat *biodegradable*, dapat terurai secara alami serta aman bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan beracun. Pati biji nangka berpotensi sebagai bahan dasar dalam pembuatan *biodegradable foam*. Penambahan kitosan bertujuan untuk meningkatkan kuat tarik dan daya serap air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan kitosan dan gelatin terhadap kualitas *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*) dan untuk mengetahui karakteristik *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Uji fisik yang dilakukan meliputi uji daya serap air, uji kuat tarik, uji tingkat biodegradasi dan analisis gugus fungsi (FTIR). Selain itu, analisis SPSS dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan ( $p > 0,05$ ) variasi kitosan terhadap *biodegradable foam* dengan menggunakan varian satu arah atau *one-way ANOVA*. Konsentrasi optimum kitosan terhadap daya serap air, biodegradasi dan kuat tarik yaitu 6,5%. Hasil analisis gugus fungsi (FTIR) terdapat gugus O-H dan C-O yang mengindikasikan *biodegradable foam* mudah terdegradasi oleh mikroorganisme dalam tanah.

**Kata Kunci :** *Biodegradable foam*, kitosan, gelatin, pati biji nangka

## ABSTRACT

**Name : Irma Nurfitasari**  
**NIM : 60500114052**  
**Title : "Effect of Chitosan and Gelatin Addition on the Quality Biodegradable Starch Foam Made From Seeds Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)"**

---

*Biodegradable foam* an alternative to styrofoam packaging made from starch that are biodegradable, biodegradable and safe for health because it contains no toxic materials. Potentially jackfruit seed starch as a raw material in the manufacture of biodegradable foam. The addition of chitosan aims to increase the tensile strength and water absorption. This study aimed to determine the effect of chitosan and gelatin to biodegradable quality foam made from jackfruit seed starch (*Artocarpus heterophyllus*) and to determine the characteristics of foam made from raw starch biodegradable jackfruit seeds (*Artocarpus heterophyllus*). Physical test was conducted on the water absorption test, tensile strength test, test biodegradation rates and functional group analysis (FTIR). Additionally, SPSS analysis conducted to determine significant effects ( $p > 0.05$ ) variation of chitosan on biodegradable foam using a variant of one-way or one-way ANOVA. The optimum concentration of chitosan to water absorption, biodegradability and tensile strength of 6.5%. The results of the analysis of functional groups (FTIR) contained OH groups and CO which indicate biodegradable foam easily degraded by microorganisms in the soil.

**Keywords :** Biodegradable foam, chitosan, gelatin, starch jackfruit seeds

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Beberapa masyarakat sering menggunakan plastik untuk mengemas makanan. Salah satu jenis plastik yang biasa digunakan yaitu *styrofoam*. *Styrofoam* tidak dapat didegradasi oleh mikroba yang berada di dalam tanah sehingga akan menyebabkan penumpukan sampah. Penumpukan sampah yang terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebagian dari masyarakat ada yang membakar sampah-sampah tersebut untuk mengurangi penumpukan sampah. Tetapi dampak dari pembakaran tersebut akan menimbulkan asap beracun yang dapat mencemari udara sekitar. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan di bumi, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Ar-rum/30: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah (2002: 236-237) pada QS. Ar-Rum/30: 41, menjelaskan bahwa beberapa manusia yang mengabaikan tuntutan agama sehingga berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Seperti kekeringan, hilangnya rasa aman, kekurangan hasil laut

disebabkan perbuatan tangan manusia. Dalam ayat tersebut menyebutkan darat dan lautan sebagai tempat terjadinya fasad. Ini berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, ketidakseimbangan alam serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar dan darat semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Ayat di atas menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi yang disebabkan oleh ulah manusia seperti sampah *styrofoam* juga dapat merusak lingkungan karena tidak dapat didegradasi dan memiliki kandungan berbahaya.

*Styrofoam* memiliki kandungan 95% udara sehingga sangat ringan dan 5% stirena yang berbahaya untuk dijadikan sebagai wadah makanan. Stirena dapat larut dalam lemak, panas, alkohol/aseton, vitamin A (toluena) dan susu. Stirena adalah salah satu bahan kimia yang bersifat beracun atau *neurotoxic* yang dapat menyerang saraf dan mengakibatkan kerusakan saraf otak pada manusia (Daulay, 2014: 5). Beberapa lembaga seperti WHO (*World Health Organization*) dan EPA (*Environmental Protection Agency*) telah mengatakan bahwa *styrofoam* sebagai bahan karsinogen, sebab benzen yang digunakan untuk pembuatan stirena tidak dapat dicerna oleh sistem pencernaan dan tidak dapat diekskresikan/dikeluarkan melalui urin atau feses. Semakin banyaknya stirena yang tertumpuk dalam tubuh akan dibalut oleh lemak, sehingga akan memicu timbulnya sel kanker (Wicaksono, 2011: 3-4). Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan alternatif lain untuk menghasilkan kemasan makanan yang dapat didegradasi oleh mikroba (*biodegradable foam*).

*Styrofoam* yang terbuat dari bahan alami seperti pati memiliki sifat yang dapat didegradasi atau diurai oleh mikroba yang terdapat dalam tanah disebut *biodegradable foam* atau biofoam yang merupakan salah satu jenis plastik ramah

lingkungan (Pranamuda, 2001). Beberapa peneliti seperti Hendrawati, dkk (2017) telah membuat *biodegradable foam* dari pati sagu dan Saleh, dkk (2014) yang menggunakan pati dari limbah pertanian seperti ampas sagu, kulit singkong dan kulit pisang.

Dalam penelitian ini akan digunakan pati dari biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Menurut Setyawati (1990: 20), kandungan yang terdapat dalam biji nangka yaitu karbohidrat 36,7%, protein 4,2% dan lemak 0,1%. Pati dapat digunakan dalam pembuatan *biodegradable foam* karena memiliki sifat yang murah, biodegradabilitas tinggi, tidak toksik dan banyak terdapat di alam. Tetapi *biodegradable foam* yang terbentuk dari pati dapat larut dalam air dan memiliki sifat fisik dan mekanik yang kurang baik (Fang dan Hanna, 2001: 780). Oleh karena itu, dilakukan penambahan kitosan dan gelatin untuk memperbaiki kualitasnya.

Kitosan digunakan sebagai biopolimer pencampurnya berguna untuk meningkatkan sifat mekanik karena dapat membentuk ikatan hidrogen antar rantai dengan amilosa dan amilopektin dalam pati. Kitosan memiliki gugus fungsi amin, gugus hidroksil primer dan sekunder dengan adanya gugus fungsi tersebut mengakibatkan kitosan memiliki kereaktifan kimia yang tinggi karena dapat membentuk ikatan hidrogen, sehingga kitosan merupakan bahan pencampur yang ideal (Dallan *et al.*, 2006: 397), untuk meningkatkan ketahanan *biodegradable foam* terhadap air, maka dilakukan penambahan gelatin (Darni, 2009: 1). Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari kolagen kulit, membran tulang dan bagian tubuh berkolagen lainnya dengan cara hidrolisa (Saputro, dkk., 2016: 134), agar produk yang dihasilkan bersifat elastis, maka dilakukan penambahan gliserol sebagai *plasticizer*.

Beberapa jenis *plasticizer* yang biasanya ditambahkan antara lain gliserin, gliserol, trietil glikol, asam lemak dan monogliserin yang diasetilisasi. *Plasticizer* yang digunakan dalam penelitian ini adalah gliserol. *Plasticizer* ini merupakan senyawa alkohol polianhidrat dengan tiga gugus hidroksil dalam satu molekul (Winarno, 2008). Gliserol dapat meningkatkan permeabilitas biofoam terhadap uap air karena sifat gliserol yang hidrofilik (Gontard *et al*, 1993: 203). Gliserol mempunyai sifat mudah larut dalam air, meningkatkan kekentalan larutan dan mengikat air (Lindsay, 1985).

Pada penelitian Christianty (2005), ditunjukkan bahwa perpaduan pati tapioka dengan PLA (Polivinil alkohol) dari polimerisasi 100°C fermentasi asam laktat dengan kadar asam 12,07% serta gliserol sebesar 5% menunjukkan peningkatan pada sifat mekanik plastik *biodegradable*, namun bersifat hidrofilik. Menurut Darmanto (2010), solusinya adalah penambahan kitosan dan gelatin yang memiliki sifat hidrofobik. Kombinasi kitosan dan gelatin diharapkan meningkatkan sifat mekanik dan biodegradasi *biodegradable foam*.

Produk biofoam sebenarnya sangat beragam bentuk dan kegunaannya. Ada yang berbentuk butiran, lembaran, maupun cetakan. Teknologi proses pembuatan biofoam juga sangat beragam dan teknologinya semakin bervariasi dengan dikembangkannya berbagai metode untuk pembuatan biofoam dengan bentuk dan fungsi tertentu (Iriani, 2013: 5). Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk membuat *biodegradable foam* yaitu proses ekstrusi, *thermopressing* dan *puffing and popping*. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu dengan menggunakan proses ekstrusi. Proses ekstrusi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mencampur dan mengaduk semua bahan dengan memanfaatkan kemampuan pati untuk mengembang karena adanya pengaruh panas dan gesekan selama proses



ekstrusi. Kelebihan dari proses ini yaitu dapat menghancurkan toksin alami yang ada pada bahan baku dan mengurangi pertumbuhan mikroorganisme pada produk yang dihasilkan (Iriani, dkk., 2011: 35-37). Adapun aplikasi dari produk yang dihasilkan pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengemas produk segar maupun produk olahan seperti buah-buahan utuh, sayuran atau produk pangan siap saji seperti ayam goreng dan kue-kue (Iriani, 2013: 5).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan kitosan dan gelatin terhadap kualitas *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*).

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh penambahan kitosan dan gelatin terhadap kualitas *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*)?
2. Bagaimana karakteristik *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*)?

#### **C. Tujuan Penelitian**


Tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan kitosan dan gelatin terhadap kualitas *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*).
2. Untuk mengetahui karakteristik *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi kepada pembaca manfaat dari biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*).
2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kualitas *biodegradable foam* sebagai pengganti *styrofoam*.

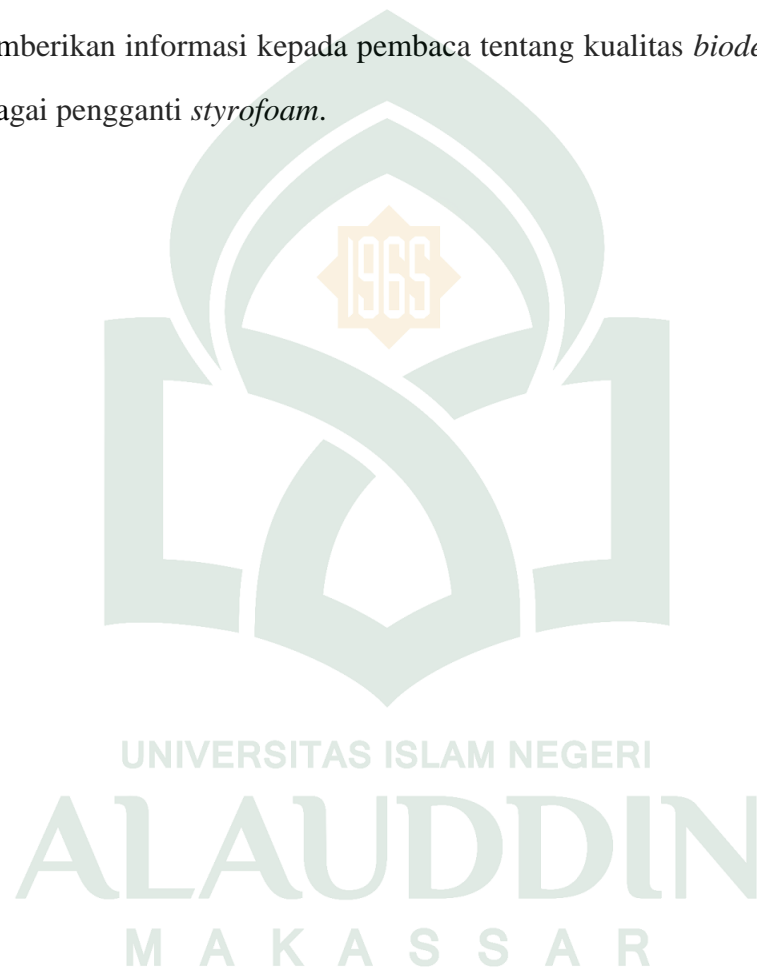


## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pati

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan  $\alpha$ -glikosidik (Winarno, 1984) yang juga merupakan senyawa terbanyak kedua yang dihasilkan oleh tanaman setelah selulosa (Samsuri, 2008: 3). Pati merupakan bahan yang dapat atau mudah terdegradasi menjadi senyawa-senyawa ramah lingkungan (Sirappa, 2003). Komposisi pati pada umumnya terdiri dari amilopektin sebagai bagian terbesar dan sisanya amilosa (Hartati, 2003: 29).

Amilosa merupakan komponen pati yang mempunyai rantai lurus dan larut dalam air. Umumnya komposisi amilosa sebagai penyusun pati adalah 15–30%. Amilosa terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan  $\alpha$ -(1,4)-D-glukosa. Struktur amilosa yang tidak bercabang menyebabkan amilosa memiliki sifat kristalin (Krogars, 2003). Amilosa merupakan komponen yang larut dalam air pada suhu 70 sampai 80°C (Heldman, 1980).

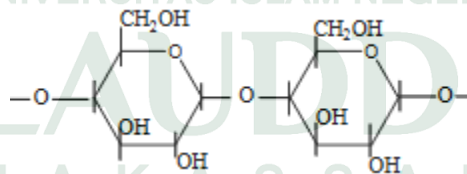


**Gambar 2.1** Struktur Amilosa  
(Sumber: Boediono, 2012: 3)

Amilopektin merupakan komponen patiyang paling dominan yang mempunyai rantai cabang dan kurang larut dalam air. Komposisi amilopektin sebagai penyusun pati pada umumnya berkisar antara 70–85%. Amilopketin terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan  $\alpha$ -(1,4)-D-glukosa dan  $\alpha$ -(1,6)-D-

glukosa (Cowd, 1982). Sifat amilopektin yang bersifat amorf menyebabkan amilopektin dapat digunakan sebagai campuran aditif pada pelumas dan campuran obat-obat pelangsing (Ellis *et al*, 1989: 300). Amilopektin juga dapat membentuk kristal, tetapi tidak sereaktif amilosa. Hal ini terjadi karena adanya rantai percabangan yang menghalangi terbentuknya kristal (Boediono, 2012: 2).

**Gambar 2.2** Struktur Amilopektin

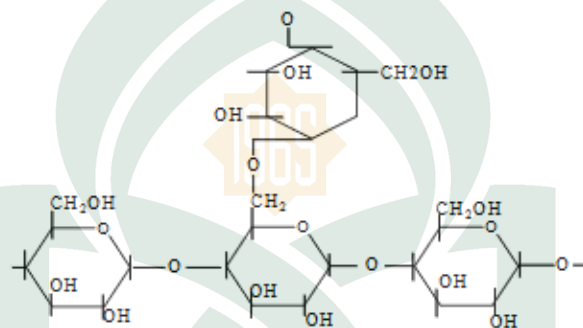

(Sumber: Boediono, 2012: 2)

Sumber utama penghasil pati adalah biji-bijian sereal (jagung, gandum, sorgum, beras, biji durian dan biji nangka), umbi (kentang), akar (singkong, ubi jalar dan ganyong) dan bagian dalam dari batang tanaman sagu. Pemeriksaan pati dibawah mikroskop menunjukkan granul pati berwarna putih, dengan ukuran 2-100  $\mu\text{m}$  (Samsuri, 2008: 3).

Pemanfaatan pati dalam pembuatan *biodegradable foam* memiliki keunggulan-keunggulan yang dimiliki yakni sifatnya yang dapat diperbaharui, ketersediaan yang melimpah, harga murah dan mampu terdegradasi (Ummah, 2013: 25). Pati dalam pencampuran dengan polimer sintesis dapat meningkatkan kemampuan biodegradasi dikarenakan terjadi peningkatan luasan permukaan polimer sebagai akibat hidrolisis pati oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang mengkonsumsi pati akan membentuk pori-pori dalam matrik polimer dan

memberikan gugus-gugus yang rentan untuk terdegradasi (Park *et al.*, 2002). Pati termoplastis dapat terdegradasi dengan adanya air, energi mekanis, peningkatan suhu dan enzim (Idemat, 1998). Salah satu sumber pati yaitu biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*).

### **B. Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)**

Tanaman nangka (*Artocarpus heterophyllus*) merupakan salah satu jenis tanaman buah tropis yang multifungsi dan dapat ditanam di daerah tropis dengan ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan laut yang berasal dari India Selatan. Ciri-ciri buah nangka yang sudah matang yaitu memiliki duri yang besar dan jarang, mempunyai aroma nangka yang khas walaupun dalam jarak yang agak jauh, setelah dipetik daging buahnya berwarna kuning segar, tidak banyak mengandung getah. Buah tersebut bisa dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai masakan (Widyastuti, 1993: 30).



**Gambar 2.3** Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)  
(Sumber: <https://www.google.com/imgres>)

Kedudukan taksonomi tanaman nangka menurut Rukmana (1997: 13) yaitu:

Kingdom : Plantae  
Divisi : Spermatophyta  
Sub-divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae  
 Ordo : Morales  
 Famili : Moraceae  
 Genus : *Artocarpus*  
 Spesies : *Artocarpus heterophyllus* Lamk.

Menurut Suprpti (2004: 27), beberapa bagian tanaman dan buah nangka yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Akar banyak digunakan sebagai obat diare di Nepal.
2. Getah berwarna putih, sangat lekat dan terdapat hampir di seluruh bagian tanaman termasuk kulit buah. Getah nangka sering dimanfaatkan sebagai obat abses (bengkak bernanah) dan bisul dengan ditambah sedikit cuka.
3. Batang dan cabang yang berserat halus serta berwarna kuning gading banyak digunakan sebagai bahan pembuatan barang-barang kerajinan (pahat/patung, ukir-ukiran, cenderamata dan gitar), bahan bangunan, perkakas rumah tangga, alat-alat dapur maupun kayu bakar.

**Tabel 2.1** Komposisi Kimia Biji Nangka

Komposisi Kimia	Nilai Gizi Tepung Biji Nangka (Gram)
Air	12,40
Protein (gluten)	12,19
Lemak	1,12
Serat kasar	2,74
Abu	3,24
Bahan ekstrak tanpa nitrogen	68,31
Pati	56,21

(Anonim, 1992).

Potensi biji nangka yang besar belum dieksploitasi secara optimal. Sangat rendahnya pemanfaatan biji nangka dalam bidang pangan hanya sebatas sekitar 10% disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam pengolahan biji nangka. Biji nangka merupakan sumber karbohidrat (36,7g/100g), protein (4,2g/100g) dan energi (165 kkal/100g) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. Biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik (Nuraini, 2001: 191).

Di Indonesia, biji nangka selama ini terbatas dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara direbus, disangrai, digoreng dan dikukus. Biji nangka belum dimanfaatkan secara optimal sebagai komoditi yang memiliki nilai lebih, padahal biji nangka mengandung karbohidrat, kalsium dan fosfor yang cukup tinggi (Kusumawati, dkk., 2012: 42).

Biji nangka berbentuk oval dengan panjang 2-3 cm dan diameter 1-1,5 cm, serta tertutup lapisan tipis coklat yang disebut spermoderm. Spermoderm menutupi kotiledon yang berwarna putih. Kotiledon ini mengandung pati yang tinggi. Oleh karenanya biji nangka berpotensi sebagai bahan pembuatan *biodegradable* ketimbang hanya dibuang setelah daging buahnya dimakan. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat *biodegradable foam*, kotiledon dari biji nangka dibuat tepung dan diambil patinya terlebih dahulu (Purbasari, dkk., 2014: 54). Manfaat biji-bijian yang diturunkan oleh Allah swt. dijelaskan dalam QS. Qaaf/50: 9.

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:


“Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam”

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah (2002: 421) bahwa pada QS. Qaaf/50: 9 menyebutkan beberapa manfaat yang diperoleh dari penciptaan langit

dan bumi yakni kami menurunkan sedikit demi sedikit dan sesuai kebutuhan dari langit yakni air hujan. Air hujan yang banyak manfaatnya bagi penghuni bumi lalu kami tumbuhkan yakni air yang tercurah itu, aneka tumbuhan, bunga-bunga, buah-buahan dan biji-bijian. Makna dari ayat ini menjelaskan bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penciptaan langit dan bumi. Diturunkan air hujan dan langit untuk ditumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan untuk diambil manfaatnya. Salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan yaitu biji nangka dalam pembuatan *biodegradable foam* berbasis ramah lingkungan. Pembuatan *biodegradable foam* dilakukan dengan penambahan kitosan dan gelatin untuk meningkatkan kualitas *biodegradable foam*.

### C. Kitosan

Kitosan adalah turunan kitin yang diisolasi dari kulit udang, rajungan, kepiting dan kulit serangga lainnya. Kitosan merupakan kopolimer alam berbentuk lembaran tipis, tidak berbau dan berwarna putih (Rismana, 2004). Sumber utama pembuatan serbuk kitosan adalah kitin. Nama kitin (*chitin*) berasal dari bahasa Yunani yang artinya jubah atau amplop, kitin diisolasi dari eksoskeleton berbagai *crustacean*, terutama kepiting dan udang. Kitin merupakan komponen utama dari struktur tubuh hewan golongan Crustacea, Antropoda, Annelida, Mollusca dan Nematoda (Neely, 1969).



**Gambar 2.4** Struktur Kitosan  
(Sumber: Joseph *et al.*, 2009: 17)



Kitosan merupakan padatan amorf yang berwarna putih kekuningan. Kelarutan kitosan yang paling baik ialah dalam larutan asam asetat (Sugita, 2009). Kitosan mudah mengalami degradasi secara biologis dan tidak beracun, kationik kuat, flokulan dan koagulan yang baik, mudah membentuk membrane atau film serta membentuk gel dengan anion bervalensi ganda. Kitosan tidak larut dalam air, pelarut-pelarut organik, alkali atau asam-asam mineral pada pH diatas 6,5. Kitosan larut dengan cepat dalam asam organik seperti asam formiat, asam sitrat dan asam asetat (Mat, 1995).

Kitosan mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan antara lain *hydrophilicity*, *biocompatibility*, *degradability*, sifat anti bakteri, dan mempunyai afinitas yang besar terhadap enzim (Cahyaningrum, 2007: 95). Kitosan bersifat hidrofilik, menahan air dalam strukturnya dan membentuk gel secara spontan, sehingga kitosan mudah membentuk membran atau film. Pembentukan gel berlangsung pada harga pH asam yang disebabkan adanya sifat kationik kitosan. Viskositas juga meningkatkan dengan meningkatnya derajat deasetilasi (Lazuardi, 2013: 162).

**Tabel 2.2** Mutu Standar Kitosan


Sifat-Sifat Kitosan	Nilai-Nilai yang Dikehendaki
Bentuk partikel	Butiran-bubuk
Kadar air (% w)	<10
Kadar abu (% w)	>2
Derajat deasetilasi (DD)	>70
Viskositas (cP)	
Rendah	<200
Sedang	200-799
Tinggi	800-2000
Paling tinggi	>2000

Kitosan mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada berbagai jenis industri maupun aplikasi pada bidang kesehatan. Salah satu contoh aplikasi kitosan yaitu sebagai pengikat bahan-bahan untuk pembentukan alat-alat gelas, plastik, karet dan selulosa yang sering disebut dengan formulasi adesif khusus (Joseph *et al.*, 2009: 17).

Pemanfaatan kitosan sangat banyak diantaranya untuk pengawet makanan (pengganti formalin dan boraks), pengolahan limbah, obat pelangsing, kosmetik dan lain sebagainya. Kitosan mempunyai gugus aktif yang akan berikatan dengan mikroba sehingga kitosan juga mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Saat ini, kitosan telah diproduksi secara industri di negara-negara maju terutama Jepang dan Amerika Serikat (Mahatmanti, 2010).

#### **D. Gelatin**

Gelatin adalah produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin merupakan protein yang larut yang bisa bersifat sebagai *gelling agent* (bahan pembuat gel) atau sebagai non *gelling agent*. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari sapi (tulang dan kulit jangat), babi (hanya kulit) dan ikan (kulit). Karena gelatin merupakan produk alami, maka diklasifikasikan sebagai bahan pangan bukan bahan tambahan pangan. Untuk hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, umumnya kulitnya digunakan sebagai bahan kerajinan dan *casing* yaitu kulit bagian dalam (sisa dari penyamakan) umumnya dikumpulkan dan diproses lebih lanjut menjadi casing (selongsong sosis). Untuk hewan kecil, terutama kulit babi jarang yang disamak dan untuk kerajinan. Oleh sebab itu dicari alternatif lain penggunaannya yaitu umumnya diproses lebih lanjut menjadi gelatin (Hastuti, dkk., 2007: 40).

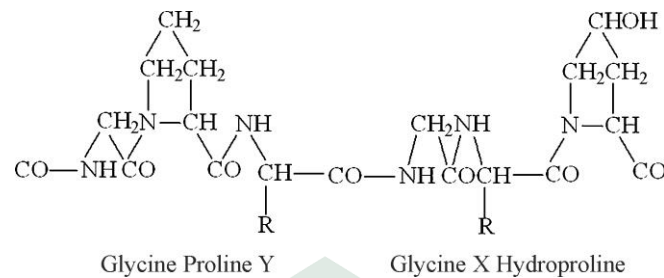

**Gambar 2.5** Struktur Gelatin  
(Sumber: Hastuti, dkk., 2007: 40)

Gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan rendah kadar lemaknya. Gelatin kering dengan kadar air 8-12% mengandung protein sekitar 84-86%, lemak hampir tidak ada dan 2-4% mineral. Dari 10 jenis asam amino essensial yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 jenis asam amino essensial, satu asam amino essensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu *treptophane* (Hastuti, dkk., 2007: 41).

Gelatin larut dalam air, asam asetat dan pelarut alkohol seperti gliserol, propilen glycol, sorbitol dan manitol, tetapi tidak larut dalam alkohol, aseton, karbon tetraklorida, benzen, petroleum eter dan pelarut organic lainnya (Rahayu dan Nurul, 2015: 2). Menurut Norland (1997), gelatin mudah larut pada suhu 71,1°C dan cenderung membentuk gel pada suhu 48,9°C. Sedangkan menurut Montero (2000), pemanasan yang dilakukan untuk melarutkan gelatin sekurang-kurangnya 49°C atau biasanya pada suhu 60 – 70°C.

Gelatin mempunyai multi guna dalam berbagai industri. Hal ini dikarenakan gelatin bersifat serba bisa yaitu bisa berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi (*emulsifier*), pengikat, pengendap, pemer kaya gizi, pengatur elastisitas, dapat membentuk lapisan tipis yang elastis, memperkuat, kemudian sifat penting lainnya

yaitu daya cernanya yang tinggi dan dapat diatur, sebagai pengawet, humektan, penstabil dan lain-lain (Hastuti, dkk., 2007: 42).

Penggunaan gelatin sangat luas khususnya dalam bidang industri pangan maupun non pangan. Gelatin juga mempunyai banyak fungsi dan sangat aplikatif penggunaannya dalam industri pangan dan non pangan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan misalnya, produk jeli, di industri daging dan susu dan dalam produk *low fat food supplement*. Pada industri non pangan gelatin digunakan misalnya pada industri pembuatan film foto (Anonim, 2008).


Bidang farmasi banyak menggunakan gelatin dalam pembuatan kapsul lunak maupun keras dan sebagai bahan pengikat dalam sediaan tablet (Anonim, 2008). Sifat khas lainnya dari gelatin yang paling disukai oleh hampir seluruh industri makanan maupun farmasi yaitu *melting in the mouth* (meleleh dalam mulut), karena titik leleh gelatin antara 27-34°C, oleh sebab itu gelatin disebut *miracle food* (Poppe, 1992). Gelatin juga mempunyai sifat bioadesif yang cukup baik sehingga dapat digunakan dalam sistem penghantaran mukoadesif (Chien, 1992). Sistem penghantaran mukoadesif adalah suatu sistem penghantaran obat dimana obat bersama polimer bioadesif didesain untuk dapat berkontak lebih lama dengan membran mukosa dalam saluran pencernaan (Agoes, 2001). Sistem penghantaran mukoadesif ini bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi obat di dalam saluran pencernaan sehingga memberikan keuntungan farmakokinetik dan farmakodinamik obat (Klausener dkk., 2003).

Cara pembuatan gelatin secara umum adalah kulit atau tulang hewan yang kaya akan kolagen direndam dalam asam atau basa, kemudian diekstraksi dengan panas secara bertingkat, yaitu dilakukan pada evaporator atau tangki biasa pada suhu

60,70, 80, 90, dan 100°C untuk menghasilkan mutu gelatin yang berbeda-beda. Hasil ekstrak yang mengandung gelatin dibersihkan dari kotoran halus dan mineral dengan cara penyaringan, sentrifugasi, demineralisasi dengan ion exchanger. Filtrat disterilisasi UHT, dikeringkan, digiling dan terakhir dikemas dan siap dipasarkan. Proses lain yaitu filtrat hidrolisa lebih lanjut dengan enzim protease, sehingga dihasilkan peptida atau sampai ke tingkat asam amino yang disebut gelita sol (Hastuti, 2007: 40). Salah satu bahan *plasticizer* yang dapat digunakan untuk pembuatan *biodegradable foam* adalah gliserol.

#### E. Gliserol

Gliserol adalah produk samping produksi biodisel dari reaksi trans esterifikasi dan merupakan senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah tiga buah. Gliserol (1,2,3 propanetriol) merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis (Pagliaro dan Rossi, 2008). Gliserol dapat dimurnikan dengan proses destilasi agar dapat digunakan pada industri makanan, farmasi atau juga dapat digunakan untuk pengolahan air. Sebagai produk samping industri biodiesel, gliserol belum banyak diolah sehingga nilai jualnya masih rendah (Prasetyo, dkk., 2012: 26).



**Gambar 2.6** Struktur Gliserol  
(Sumber: Prasetyo, dkk., 2012: 26)

Gliserol merupakan *plasticizer* yang bersifat hidrofilik, sehingga cocok untuk bahan pembentukan foam yang bersifat hidrofobik seperti pati. Ia dapat meningkatkan penyerapan molekul polar seperti air. Peran gliserol sebagai *plasticizer*

dan konsentrasinya meningkatkan fleksibilitas foam. Gliserol (gliserin) merupakan senyawa poliol sederhana. Ini adalah tidak berwarna, tidak berbau, cairan kental yang banyak digunakan dalam formulasi farmasi (Austin, 1985).

#### ***F. Biodegradable Foam***

Salah satu jenis plastik yang populer sebagai bahan pengemas makanan dan minuman adalah Polistirena *foam* (PS) atau yang lebih dikenal dengan nama dagang *styrofoam*. *Styrofoam* banyak digunakan oleh produsen makanan sebagai bahan pengemas produk makanan ataupun minuman sekali pakai, baik makanan siap saji, segar maupun siap olah (Khalid, 2012: 592). Banyak produsen pangan yang mengemas produknya dengan *styrofoam*, begitu pula dengan produk-produk pangan seperti bubur ayam, mie instan, bakso, kopi dan *yoghurt* (BPOM, 2008). Hal tersebut dikarenakan keunggulan *styrofoam* yaitu tidak mudah bocor, praktis, ringan, murah dan mampu mempertahankan panas atau dingin, serta sering pula digunakan sebagai bahan pengemas barang yang bersifat *fragile* (Sulchan dan Endang 2007: 54). Selain memiliki banyak keuntungan, ternyata *styrofoam* memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan (Etikaningrum, 2007: 1).

*Styrofoam* yang selama ini digunakan mengandung berbagai macam zat kimia yang dapat membahayakan makhluk hidup. Selain itu, *styrofoam* terbukti tidak ramah lingkungan, karena tidak dapat diuraikan sama sekali. Bahkan pada proses produksinya sendiri, menghasilkan limbah yang tidak sedikit, sehingga dikategorikan sebagai penghasil limbah berbahaya ke-5 terbesar di dunia oleh EPA (*Environmental Protection Agency*). Salah satu pilihan untuk pengganti polimer berbasis minyak bumi dan sintetis adalah polimer alam seperti pati dan kitosan (Tharanathan, 2003:

73). Berdasarkan sifat *toxic* yang dimiliki *styrofoam*, dilakukan pembuatan *biodegradable foam* yang dapat didegradasi oleh mikroorganisme dalam tanah.

*Biodegradable foam* adalah kemasan alternatif pengganti *styrofoam* terbuat dari pati yang bersifat *biodegradable*, dicetak dengan proses *thermopressing*. Biofoam dapat terurai secara alami, serta aman bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan beracun. Pemakaian produk dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta inovasi biomaterial mampu menggantikan material sintesis, *styrofoam*. Bukan hanya itu, bahan inovatif ini lebih baik bagi kesehatan dan bagi alam lingkungan (Inovasi Biofoam Sebagai Alternatif Kemasan *Styrofoam*, 2015: 30).

Sifat-sifat *biodegradable foam* sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) ditunjukkan pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3** Standar SNI *Biodegradable Foam*

<b>Karakteristik</b>	<b>Nilai</b>
Daya Serap Air (%)	26,12%
Kuat Tarik (MPa)	29,16 MPa
Tingkat Biodegradasi (%)	100% selama 60 hari

Biodegradasi adalah penyederhanaan sebagian atau penghancuran seluruh bagian struktur molekul senyawa oleh reaksi-reaksi fisiologis yang dikatalisis oleh mikroba. Biodegradabilitas merupakan kata benda yang menunjukkan kualitas yang digambarkan dengan kerentanan suatu senyawa (organik atau anorganik) terhadap perubahan bahan akibat aktivitas-aktivitas mikroorganisme (Madsen, 1997).

Biodegradasi adalah perubahan senyawa kimia menjadi komponen yang lebih sederhana melalui bantuan mikroorganisme. Menurut lain Gledhill (1974: 270), ada dua batasan tentang biodegradasi adalah:

1. Biodegradasi Tahap Pertama (*Primary Biodegradation*) merupakan perubahan sebagian molekul kimia menjadi komponen lain yang lebih sederhana.
2. Biodegradasi tuntas (*Ultimate Biodegradation*), merupakan perubahan molekul kimia secara lengkap sampai terbentuk CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O dan senyawa organik.

**Tabel 2.4** Faktor Biodegradasi

<b>Parameter</b>	<b>Faktor</b>
Fisika-Kimia Ekosistem	Suhu, pH, kadar air, potensi redoks, ketersediaan nutrisi, keberadaan inhibitor
Mikrobiologi ekosistem	Kepadatan populasi, deversitas mikroba, aktivitas mikroba, distribusi spatial mikroorganisme, kemampuan beradaptasi
Sifat-sifat primer bahan	Komposisi polimer, berat molekul, distribusi berat molekul, suhu transisi gelas (T <sub>g</sub> ), porositas, hidrofobitas dan jenis ikatan antar monomer
Proses pembuatan bahan	Jenis pembuatan, karakteristik permukaan, ketebalan bahan dan zat aditif dan pengisi yang digunakan

(Darni dan Herti, 2010: 90).



Karakteristik biofoam dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komposisi bahan baku, terutama sumber pati serta kondisi proses pembuatannya. Komposisi bahan baku terdiri atas komposisi kimia, rasio amilosa/amilopektin dan ukuran partikel. Semua faktor tersebut akan berpengaruh terhadap sifat fungsional dari pati, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap karakteristik biofoam. Kondisi proses, baik suhu, tekanan dan waktu proses *thermopressing* juga akan berpengaruh terhadap kemampuan ekspansi dari bahan baku (Inovasi Biofoam Sebagai Alternatif Kemasan *Styrofoam*, 2015: 31).

#### **G. Karakteristik Biodegradable Foam**

##### **1. Kuat Tarik (*Tensile Strength*)**

Dalam istilah umum, *strength* atau kekuatan adalah tegangan maksimum yang bias ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik, sebelum bahan tersebut patah. Kemampuan suatu struktur untuk menahan beban tanpa mengalami kerusakan. Kerusakan dapat terjadi oleh perpecahan karena tekanan yang berlebihan atau kemungkinan juga disebabkan oleh deformasi struktur. *Tensile* termasuk juga ketahanan material terhadap kuat tekat tekan atau tegangan. Jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk memecah material. Hasil pengukuran ini berhubungan erat dengan jumlah *plasticizer* yang ditambahkan pada proses pembuatan *biodegradable foam* (Gedeney, 2005). Pada penelitian sebelumnya Sanjaya (2012), semakin besar konsentrasi kitosan, maka nilai *tensile strength* juga akan semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin besar konsentrasi kitosan maka semakin banyak ikatan hidrogen yang terdapat dalam *biodegradable foam* sehingga

ikatan kimianya akan semakin kuat dan sulit untuk diputus karena memerlukan energi yang besar untuk memutuskan ikatan tersebut.

## 2. Ketebalan

Ketebalan adalah salah satu parameter penting yang berpengaruh terhadap kualitas *biodegradable foam* yang dihasilkan. Ketebalan berkaitan dengan kemampuan *biodegradable foam* untuk melindungi seperti produk pangan. Nilai ketebalan yang berbeda disebabkan oleh banyaknya padatan terlarut yang merupakan komponen penyusun. Ketebalan *biodegradable foam* dipengaruhi oleh luas cetakan, volume larutan dan banyaknya total padatan terlarut (Park, *et al*, 1996).

## 3. Ketahanan Terhadap Air

Uji ketahanan air ini diperlukan untuk mengetahui sifat *biodegradable foam* yang dibuat sudah mendekati sifat *styrofoam* atau belum, karena konsumen *styrofoam* memilih *styrofoam* dengan sifat yang sesuai keinginan, salah satunya adalah tahan terhadap air (Anggarini, 2013: 18). Uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya ikatan dalam polimer serta tingkatan atau keteraturan ikatan dalam polimer yang ditentukan melalui persentase penambahan berat polimer setelah mengalami pengembangan. Proses terdifusinya molekul pelarut kedalam polimer akan menghasilkan gel yang mengembang.

## 4. Tingkat Biodegradabilitas

Uji biodegradabilitas atau kemampuan biodegradasi *biodegradable foam* dilakukan untuk mengetahui pengaruh alam terhadap *biodegradable foam* dalam jangka waktu tertentu, sehingga akan diperoleh persentase

kerusakan. Selanjutnya, dapat diperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh *biodegradable foam* untuk terurai di alam secara sempurna.

Proses biodegradabilitas dapat terjadi dengan proses hidrolisis (degradasi kimiawi), bakteri/jamur, enzim (degradasi enzimatik), oleh angin dan abrasi (degradasi mekanik), cahaya (foto degradasi). Proses ini juga dapat dilakukan melalui proses secara anaerobik dan aerobik. Pada penelitian sebelumnya uji biodegradasi dilakukan pada kondisi aerobik dengan bantuan bakteri dan jamur yang terdapat di tanah. Sampel berupa *biodegradable foam* ditanamkan pada tanah yang ditempatkan dalam pot dengan asumsi komposisi tanah sama (Ummah, 2013: 34).

#### H. FTIR (*Fourier Transform Infrared*)

Karakterisasi dapat dilakukan menggunakan FTIR. Spektroskopi FTIR atau *Fourier transform infrared* dapat menganalisis gugus fungsi suatu senyawa dengan kemampuan analisis yang lebih baik daripada sistem IR konvensional, termasuk dalam hal sensitivitas, kecepatan dan peningkatan pengolahan data.

Komponen dasar instrumen FTIR (Anggarini, 2013) ditunjukkan secara skematis sebagai berikut:



FTIR (*Fourier Transform Infrared*) merupakan metode yang menggunakan spektroskopi inframerah. Prinsip kerja spektroskopi FTIR adalah adanya interaksi energi dengan materi. Pada spektroskopi inframerah, radiasi inframerah dilewatkan pada sampel. Sebagian radiasi inframerah diserap oleh sampel dan sebagian lagi

dilewatkan. Hasil dari spektrum merupakan besarnya absorpsi molekul dan transmisi yang membentuk sidik jari molekul dari suatu sampel. Seperti sidik jari pada umumnya, struktur sidik jari dari spektrum yang dihasilkan tidak ada yang sama. Inilah yang membuat spektroskopi inframerah berguna untuk beberapa analisa. Manfaat informasi yang dapat diketahui dari FTIR (*Fourier Transform Infrared*) adalah mengidentifikasi suatu senyawa yang tidak diketahui (Thermo, 2011).

Hasil pengujian gugus fungsi menggunakan FTIR (*Fourier Transform Infrared*), apabila terdapat gugus fungsi O-H dan C-O ester mengindikasikan adanya kemampuan degradabilitas pada *styrofoam* yang disintesis. Hal ini dikarenakan gugus fungsi O-H dan C-O ester merupakan gugus yang bersifat hidrofilik sehingga molekul air dapat mengakibatkan mikroorganisme pada lingkungan memasuki matriks *styrofoam* tersebut. Gugus fungsi yang mampu mendegradasi *styrofoam* dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5** Gugus Fungsi Pendegradasi Biofoam

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm <sup>-1</sup> )
Ester (C-O)	1000-1300
Karboksil (O-H)	3200-3600
Amina (C-N)	1150-1460

(Sumber: Silverstein, 2005: 82-108)

### I. *Analisis Data*

Statistik dalam arti sempit berarti angka/data. Sedangkan dalam arti luas statistik sebagai suatu prosedur atau metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan penyajian data. Sedangkan penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Hastono, 2006: 2).

Menurut Hastono (2006: 3), peran statistik dalam suatu penelitian dimulai dari tahap awal sampai dengan akhir penelitian. Adapun perannya yaitu:

1. Alat untuk menghitung besarnya sampel yang akan diteliti.
2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument.
3. Alat untuk pengolahan data.
4. Alat untuk analisis data.
5. Alat untuk penyajian data.

Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisislah data dapat mempunyai arti/makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Menurut Hastono (2006: 64), pada umumnya analisis data bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran/deskripsi masing-masing variabel
2. Membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan
3. Menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan
4. Mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu.

Menurut Hastono (2006: 65), seberapa jauh analisis suatu penelitian akan dilakukan tergantung dari:

1. Jenis penelitian
2. Jenis sampel
3. Jenis data/variabel
4. Asumsi kenormalan distribusi data

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2018 di Laboratorium Kimia Anorganik, Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Riset Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Fisika Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar.

#### B. Alat dan Bahan

##### 1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu serangkaian alat *Fourier Transform Infrared* (FTIR) tipe (*Thermo scientific prestige-21-szimidzu*), mesin kuat tarik (*mechanical universal testing machine*) tipe (*AND MCT-2150*), neraca analitik merek *KERN* ABJ, oven listrik, desikator, blender, *mixer*, gelas ukur 100 mL, gelas kimia 1000 mL, 250 mL dan 100 mL, pipet tetes 2,5 mL, plat kaca ukuran 20 x 20 cm, batang pengaduk, baskom, mangkok dan pisau.

##### 2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu akuades ( $H_2O$ ), asam asetat ( $CH_3COOH$ ) p.a, biji nangka dari Wotu (Luwu Timur), gelatin ( $C_{76}H_{124}O_{29}N_{24}$ ), gliserol ( $C_3H_8O_3$ ) 16,67%, karaginan ( $(C_{12}H_{14}O_5(OH)_4)_n$ ) 2,08%, kitosan ( $(C_6H_{11}NO_4)_n$ ), magnesium stearat ( $(Mg(C_{18}H_{35}O_2)_2)$ ) 5,56%, polivinil alkohol (PVOH) ( $(C_2H_4O)_n$ ) 40%, reagen iodium, tanah, kain kasa, kertas saring dan tisu.

### 3. Rancangan Penelitian

Rancangan acak lengkap dengan 2 faktor yaitu kitosan (0 ; 2 ; 3,5 ; 5 ; 6,5%) dan gelatin (6,5 ; 4,5 ; 3,0 ; 1,5 ; 0%). Kombinasi perlakuan dilakukan perulangan sebanyak dua kali sehingga didapat 10 satuan percobaan.

## C. Prosedur Kerja

### 1. Preparasi sampel pati

Preparasi sampel pati dilakukan mengikuti metode Ervan (2012), mencuci biji nangka menggunakan air mengalir, kemudian menimbang sebanyak 500 gram. Selanjutnya menghaluskan biji nangka menggunakan blender. Menambahkan akuades agar mempermudah penghancuran dengan perbandingan biji nangka dan akuades (500 gram : 250 mL). Kemudian menyaring bubur biji nangka menggunakan kain kasa dan memasukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL. Filtrat didiamkan selama 24 jam hingga terbentuk endapan, kemudian menyaring endapan yang terbentuk. Selanjutnya mencuci bagian padatan dengan air 50 mL, lalu mengendap tuangkan sebanyak 4-5 kali. Mengeringkan endapan menggunakan oven pada suhu  $\pm 50^{\circ}\text{C}$  selama  $\pm 24$  jam. Selanjutnya mengayak endapan yang telah kering menggunakan ayakan 100 mesh. Setelah itu, mengitung rendemen yang dihasilkan menggunakan rumus:

$$\text{Rendemen (\%)} = \frac{\text{Berat endapan (g)}}{\text{Berat sampel basah (g)}} \times 100\%$$

### 2. Analisis Pati

#### a. Pembuatan Larutan Uji

Pembuatan larutan uji mengikuti metode yang digunakan Kusbandari (2015: 37). Hal pertama yang dilakukan yaitu menimbang 1,0 gram sampel

pati, kemudian melarutkan dengan akuades 20 mL, ambil fase atas sebagai larutan uji.

b. Uji Iodium

Memipet 1 mL larutan uji dan memasukan ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan reagen iodium 1 tetes, lalu menghomogenkan. Hasil akhir yaitu terbentuk endapan berwarna biru atau ungu jika sampel mengandung pati (Poedjiaji, 2009).

### 3. Pembuatan Biofoam

Metode yang digunakan pada pembuatan *biodegradable foam* mengikuti metode Hendrawati, dkk (2017) yaitu proses ekstrusi. Pertama-tama melarutkan kitosan (0 ; 2 ; 3,5 ; 5 ; 6,5%) dalam asam asetat 1% hingga 100 mL, lalu menghomogenkan. Kemudian menambahkan gelatin (6,5 ; 4,5 ; 3,0 ; 1,5 ; 0%), 5,56% magnesium stearat, 2,08% karaginan, 16,67% gliserol dan 40% polivinil alkohol (PVOH) dari berat pati ke dalam satu wadah, kemudian mengaduk menggunakan *mixer*. Menunggu hingga adonan mengembang. Menambahkan pati sebanyak 18 gram ke dalam adonan, kemudian mengaduk adonan tersebut. Selanjutnya menuang adonan ke dalam cetakan plat kaca ukuran 20 x 20 cm. Kemudian, memasukkan ke dalam oven pada suhu 100°C selama 1 jam. Setelah itu, mendinginkan foam pada suhu ruang selama 4 hari (Hendrawati, dkk., 2017: 2).

### 4. Uji Daya Serap Air

Pengujian daya serap air pada *biodegradable foam* menggunakan metode ABNT NBR NM ISO 535. Pertama-tama memotong ampel biofoam dengan



ukuran 2,5 x 5 cm lalu mengeringkan menggunakan oven selama 5 menit pada suhu 40-50°C agar menghilangkan kadar airnya. Kemudian mendesikator sampel yang telah dioven selama 10 menit, lalu menimbang sampel. Mengulangi perlakuan tersebut sampai berat sampel konstan (berat awal,  $W_0$ ). Kemudian merendam sampel di dalam air dengan variasi waktu selama 1 menit, 2 menit dan 3 menit untuk mengetahui daya serap sampel terhadap air. Selanjutnya membersihkan air yang berada di permukaan sampel menggunakan tisu dan menimbang sampel setelah perendaman (berat akhir  $W_1$ ) (Hendrawati, dkk., 2017: 2). Perhitungan pertambahan berat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Pertambahan berat (\%)} = \left[ \frac{W_1 - W_0}{W_0} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

$W_0$  = Berat awal (gram)

$W_1$  = Berat akhir (gram)

## 5. Uji Tingkat Biodegradasi

Pengujian tingkat biodegradasi menggunakan metode *soil burial test* yaitu sampel biofoam dikontakkan secara langsung dengan tanah (Prasetya, dkk., 2016: 75). Hal pertama dilakukan yaitu memotong sampel dengan ukuran 2,5 x 5 cm, kemudian merendam sampel di dalam air selama 1 menit. Setelah itu, menimbang sampel (berat awal). Selanjutnya menanam sampel di dalam tanah selama 12 hari. Setelah dilakukan pemendaman selama 12 hari, membersihkan sampel dari sisa-sisa tanah yang menempel dan menimbang sampel tersebut (berat akhir sampel)

(Hendrawati, dkk., 2017: 2-3). Untuk mengetahui persen kehilangan berat dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kehilangan berat(\%)} = \frac{W_0 - W_1}{W_0} \times 100\%$$

Keterangan:

$W_0$  = Berat awal (gram)

$W_1$  = Berat akhir (gram)

## 6. Uji Kuat Tarik


Uji kuat tarik dilakukan dengan mengikuti (ASTM D638-02a-2002). Memotong sampel dengan ukuran 2,5x 5 cm, kemudian menjepit 1,5 cm di kedua sisinya. Uji kuat tarik dilakukan menggunakan alat *mechanical universal testing machine* (AND MCT-2150), lalu menyalakan *power supply* dan *set up*. Kemudian mengatur jarak maksimum, kecepatan pembebanan dan *range* beban atau gaya. Menarik sampel secara perlahan hingga sampel patah. Data kuat tarik akan langsung ditampilkan pada PC (Hendrawati, dkk., 2017: 3).

## 7. Uji Gugus Fungsi

Alat FTIR dinyalakan, lalu sampel disiapkan dan pastikan dalam keadaan kering. Kemudian sampel diambil kurang lebih 0,5 gram dan dihaluskan dengan KBr dengan perbandingan 1:4 atau 2:8 hingga halus. Kemudian plat dibuat dari bahan tersebut menggunakan alat *press* selama 1-2 menit. Selanjutnya, proses pengepresan dihentikan dan sampel plat yang sudah jadi diletakkan pada set holder, lalu diletakkan pada lintasan sinar alat FTIR. Setelah itu, diamati spektrum yang terbaca.

## 8. Analisis Data

Data hasil pengukuran karakteristik biofoam (kuat tarik, daya serap air dan tingkat biodegradasi) dianalisis menggunakan SPSS (*Statistic Package for Social Sciene*) versi 16,0 menggunakan metode One-Way-ANOVA. Jika ( $p < 0,05$ ) maka perlakuan yang dilakukan berpengaruh secara nyata. Apabila ( $p > 0,05$ ) maka perlakuan yang dilakukan tidak berpengaruh secara nyata.

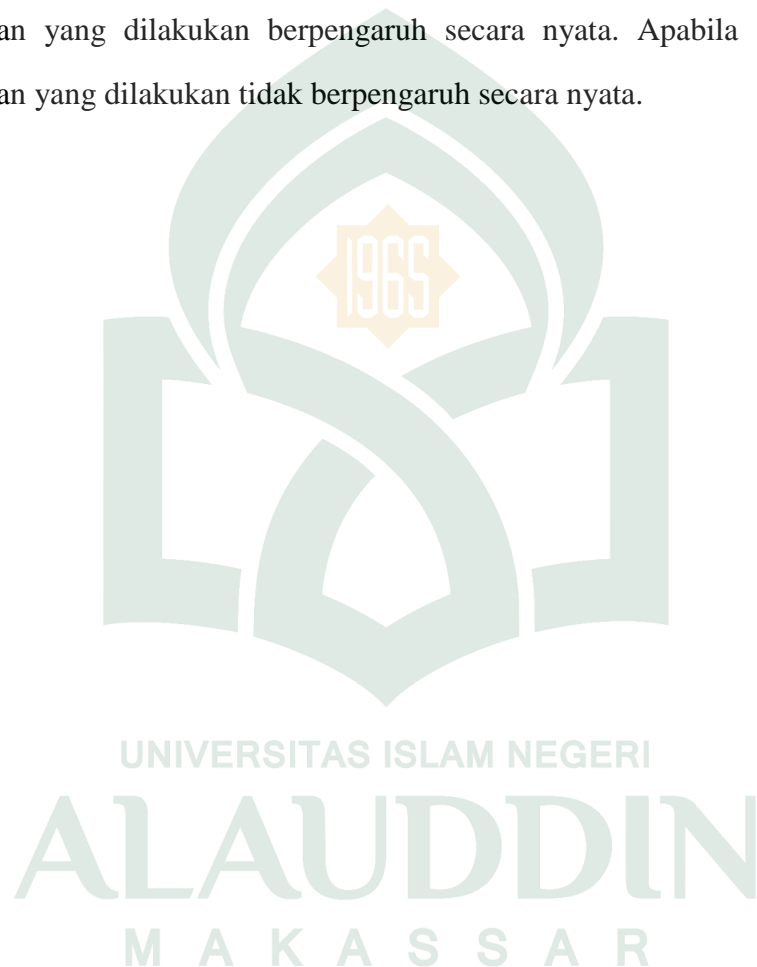

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**D. Hasil Penelitian**

Hasil Pengukuran uji karakteristik fisik biofoam seperti uji daya serap air, tingkat biodegradasi, kuat tarik dan analisis gugus fungsi (FTIR) dari pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*) dapat dilihat pada Tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4.

**Tabel 4.1** Uji Daya Serap Air Biofoam dari Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)

Sampel (Kitosan : Gelatin)	Perendaman		
	1 Menit	2 Menit	3 Menit
0 : 6,5	24,82%	29,74%	31,62%
2 : 4,5	22,71%	27,81%	29,02%
3,5 : 3,0	14,64%	16,10%	19,67%
5 : 1,5	10,30%	11,74%	15,34%
6,5 : 0	8,14%	10,62%	13,98%

**Tabel 4.2** Uji Tingkat Biodegradasi Biofoam dari Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)

Sampel (Kitosan : Gelatin)	Kehilangan Bobot (%)
0 : 6,5	51,26
2 : 4,5	49,12
3,5 : 3,0	43,94
5 : 1,5	41,02
6,5 : 0	33,36

**Tabel 4.3** Uji Kuat Tarik Biofoam dari Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)

Sampel (Kitosan : Gelatin)	Kuat Tarik (MPa)
0 : 6,5	0.4450
2 : 4,5	0.5365
3,5 : 3,0	0.6694
5 : 1,5	0.8480
6,5 : 0	1.1119

**Tabel 4.4** Analisis Gugus Fungsi Biofoam dari Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) Sebelum Degradasi Menggunakan FTIR

Sampel (Kitosan : Gelatin)	Rentang Serapan (cm <sup>-1</sup> )	Serapan Sebelum Ditanam (cm <sup>-1</sup> )	Serapan Setelah Ditanam (cm <sup>-1</sup> )	Gugus Fungsi
0 : 6,5	3200-3600	3397,54	3410,08	O-H
	1150-1460	1239,28	1379,70	C-N
	1000-1300	1022,97	1020,60	C-O
2 : 4,5	3200-3600	3398,53	3433,53	O-H
	1150-1460	1241,23	1151,04	C-N
	1000-1300	1020,43	1023,44	C-O
3,5 : 3,0	3200-3600	3448,88	3425,28	O-H
	1150-1460	1341,85	1155,67	C-N
	1000-1300	1023,93	1021,87	C-O
5 : 1,5	3200-3600	3399,30	3424,15	O-H
	1150-1460	1241,45	1341,86	C-N
	1000-1300	1022,32	1019,99	C-O
6,5 : 0	3200-3600	3399,02	3449,80	O-H
	1150-1460	1439,25	1154,10	C-N

1000-1300

1022,79

1080,16

C-O

## **E. Pembahasan**

### **1. Hasil Ekstraksi Pati dari Biji Nangka**

Pati biji nangka diperoleh dari melalui proses ekstraksi dari biji nangka. Ekstrak pati biji nangka digunakan sebagai bahan dasar biofoam. Biji nangka yang diperoleh dibersihkan menggunakan air mengalir, kemudian menimbang biji nangka sebagai berat sampel basah.

Biji nangka dihaluskan dengan penambahan akuades agar mempermudah penghancuran. Kemudian menyaring bubur biji nangka untuk memisahkan filtratnya. Kemudian mengendap tuangkan sebanyak 4-5 kali dan disaring menggunakan kertas saring untuk memperoleh endapan pati. Kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu  $\pm 50^{\circ}\text{C}$  selama  $\pm 24$  jam dengan tujuan untuk mengeringkan bahan atau menghilangkan kadar air pada bahan. Pati yang telah kering diayak menggunakan ayakan 100 mesh dengan tujuan untuk memisahkan kontaminan dan memperoleh pati dengan ukuran yang sama. Pati yang diperoleh yaitu 360 gram atau sebanyak 9% dalam 4 kg biji nangka, berwarna putih dan tidak berbau.

Ekstrak pati yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji iodium. Hasil yang diperoleh menunjukkan warna ungu. Hal ini disebabkan karena iodin dan amilum saling berikatan membentuk ikatan kompleks.

### **2. Biofoam yang Dihasilkan Dari pati Biji Nangka**


Pada penelitian ini biofoam dibuat dengan menggunakan metode ekstrusi yaitu suatu metode pencampuran dua bahan atau lebih menjadi satu dengan

memanfaatkan pati yang dapat mengembang karena adanya panas dan gesekan saat proses ekstrusi. Bahan dasar dalam penelitian ini adalah pati biji nangka dengan berat 18 gram.

Biofoam dari bahan dasar pati umumnya bersifat rapuh dan kaku sehingga perlu ditambahkan gliserol untuk meningkatkan kelenturan dari bahan polimer yang bersifat *plasticizer* (Ishak dan Muhammad, 2007). Gliserol adalah *platicizer* yang bersifat hidrofilik sehingga cocok untuk bahan pembentuk biofoam yang bersifat hidrofilik seperti pati (Krisna, 2011). Namun biofoam yang menggunakan gliserol masih memiliki kekurangan terhadap karakteristik biofoam. Kekurangan tersebut seperti tidak tahan terhadap air dan mudah putus oleh karena itu perlu ditambahkan kitosan dan gelatin sebagai penguat dan ketahanan terhadap air (Briassoulis, 2004). Pada penelitian ini kitosan digunakan variasi konsentrasi (0 ; 2 ; 3,5 ; 5 ; 6,5%). Hal ini didasarkan dari penelitian Hendrawati (2017), menyatakan bahwa pengaruh penambahan kitosan terhadap sifat *biodegradable foam* berbahan baku pati adaah 5,56%. Larutan biofoam dituang dalam cetakan kaca dan keringkan dalam oven agar terbentuk lembaran biofoam.

### 3. Daya Serap Air

Daya serap air adalah banyaknya air yang diserap oleh biofoam setelah dicelupkan dalam air. Daya serap air dilakukan dengan cara menimbang sampel sebelum dan setelah direndam di dalam air dengan variasi waktu 1, 2 dan 3 menit. Konsentrasi kitosan yang ditambahkan pada *biodegradable foam* berbanding terbalik dengan daya serap air yaitu semakin banyak konsentrasi kitosan yang ditambahkan pada *biodegradable foam* maka daya serap airnya semakin kecil. Nilai rata-rata daya serap air dapat dilihat pada Grafik 4.1:

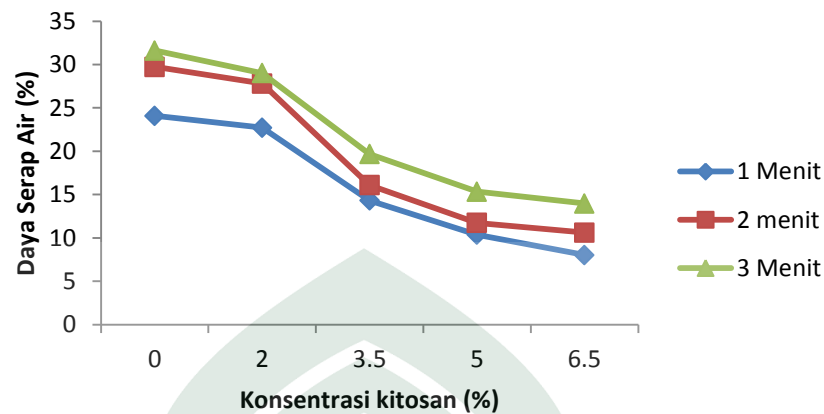

**Grafik 4.1** Daya Serap Air Biofoam dari Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)

Hasil daya serap air yang diperoleh pada konsentrasi 0% (tanpa kitosan) lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa biofoam tanpa kitosan tidak tahan terhadap air karena pati dan gliserol bersifat hidrofilik sehingga cenderung berikatan dengan air. Pada konsentrasi kitosan (0 ; 2 ; 3,5 ; 5 ; 6,5%) terjadi penurunan nilai daya serap air yaitu pada perendaman 1 menit yaitu 24,82%, 22,71%, 14,63%, 10,30% dan 8,14%, perendaman 2 menit yaitu 29,74%, 27,81%, 16,10%, 11,74% dan 10,62%, sedangkan perendaman 3 menit yaitu 31,62%, 29,02%, 19,67%, 15,34% dan 13,98%. Hal ini menunjukkan bahwa kitosan menurunkan nilai daya serap air karena sifat dari kitosan yang hidrofobik. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Hendrawati (2017) yaitu semakin bertambahnya kitosan maka daya serap biofoam terhadap air semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh sifat fisik biofoam akan semakin bagus. Kitosan yang ditambahkan akan menurunkan kelembaban biofoam karena memiliki sifat hidrofobik yang mempengaruhi gaya antar molekulnya, kitosan akan menyisip diantara polimer biofoam.




Berdasarkan hasil analisis sidik ragam daya serap air tiap perlakuan konsentrasi kitosan 0, 2, 3,5, 5 dan 6,5% berpengaruh secara signifikan ( $p < 0,05$ ) terhadap daya serap air biofoam. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi kitosan memberikan perbedaan yang nyata terhadap daya serap air biofoam.

Daya serap air biofoam dari pati biji nangka yang dihasilkan dengan variasi konsentrasi kitosan 0, 2, 3,5, 5, dan 6,5% dengan lama perendaman 1 menit yaitu 8,02% - 24,08%, lama perendaman 2 menit yaitu 10,62% - 29,74% dan lama perendaman 3 menit yaitu 13,98% - 31,62%. Standar daya serap air *biodegradable foam* yaitu 26,12% berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI). Pada penelitian ini, nilai daya serap air untuk semua konsentrasi dengan lama perendaman 1 menit masuk dalam standar (SNI).

#### 4. Tingkat Biodegradasi

Uji tingkat biodegradasi bertujuan untuk mengetahui besarnya sampel yang diurai oleh mikroorganisme dalam tanah. Nilai tingkat biodegradasi biofoam dapat dilihat pada Grafik 4.2:

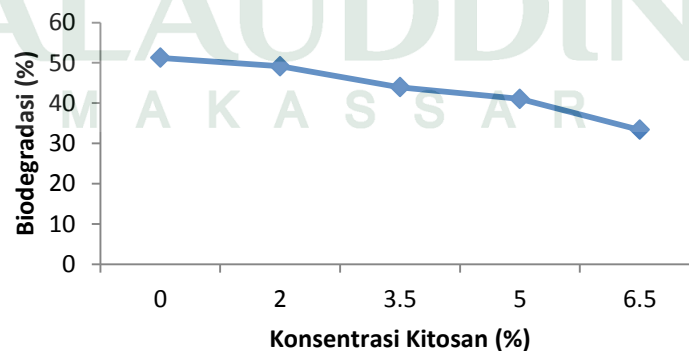


**Grafik 4.2** Tingkat Biodegradasi Biofoam dari Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)

Hasil yang diperoleh yaitu tingkat biodegradasi paling tinggi terjadi pada penambahan kitosan 0% dan tingkat biodegradasi paling rendah terjadi pada penambahan kitosan 6,5%. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kitosan, semakin banyak penambahan kitosan pada biofoam maka akan semakin sulit terurai, karena kitosan memiliki sifat antibakteri dan dapat menyebabkan terbentuknya ikatan hidrogen yang kuat antara  $\text{NH}_3^+$  dari kitosan dan  $\text{OH}^-$  dari pati. Nilai dari  $\text{NH}_3^+$  akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kitosan sehingga biofoam menjadi lebih kuat dan tidak mudah didegradasi oleh mikroorganisme dalam tanah (Bourtoom dan Chinnan, 2008).

Menurut standar Internasional (ASTM 5336) lamanya *styrofoam* terdegradasi (biodegradasi) membutuhkan waktu 60 hari untuk dapat terurai secara keseluruhan (100%). Pada penelitian ini, waktu degradasi *biodegradable foam* selama 12 hari yang mendekati standar adalah konsentrasi kitosan 0% dengan persen terdegradasinya sebanyak 51,26%.

## 5. Kuat Tarik

Kuat tarik biofoam dari pati biji nangka adalah tingkat kekuatan atau tarikan maksimum biofoam yang dapat dicapai sebelum putus atau sobek. Pengukuran kuat tarik bertujuan untuk mengetahui besarnya suatu gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area biofoam. Banyaknya konsentrasi kitosan pada *biodegradable foam* berbanding lurus dengan nilai kuat tarik *biodegradable foam* yaitu semakin banyak konsentrasi kitosan pada *biodegradable foam* maka nilai kuat tariknya semakin besar. Nilai kuat tarik *biodegradable foam* dapat dilihat pada Grafik 4.3:

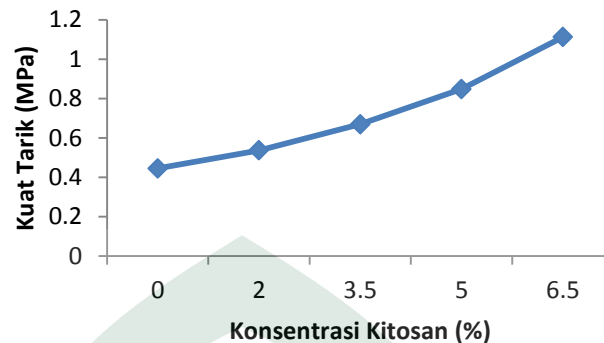

**Grafik 4.3** Kuat Tarik Biofoam dari Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)

Hasil kuat tarik biofoam yang diperoleh paling tinggi yaitu 1.1119 MPa pada konsentrasi kitosan 6,5%, sedangkan nilai kuat tarik yang paling rendah yaitu 0,4450 MPa pada konsentrasi kitosan 0%. Nilai rata-rata kuat tarik biofoam menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan konsentrasi kitosan, maka akan meningkatkan nilai kuat tarik karena kitosan memiliki gugus fungsi amin, hidroksil primer dan sekunder (Dallan, dkk, 2006) yang mengakibatkan kitosan memiliki kereaktifan tinggi karena dapat membentuk ikatan hidrogen yang bersifat hidrofobik. Selain itu, kitosan dapat membentuk ikatan hidrogen antara rantai dengan amilosa dan amilopektin pada pati (Hendrawati, dkk, 2017). Hasil uji kuat tarik memiliki kecenderungan yang sama dengan penelitian yang dilakukan Rokhati (2012) yang menyatakan, persentase kitosan terhadap nilai kuat tarik berbanding lurus karena terbentuk ikatan molekul yang kuat pada biofoam sehingga sulit putus.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam kuat tarik pada biofoam dari pati biji nangka berpengaruh signifikan ( $p < 0,05$ ) tiap perlakuan konsentrasi kitosan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi kitosan 0, 2, 3,5, 5, dan 6,5% masing-masing memberikan perbedaan yang nyata terhadap kuat tarik biofoam.

Hasil kuat tarik biofoam dari pati biji nangka yang dihasilkan dengan variasi kitosan adalah 0,4450 MPa – 1,1119 MPa. Standar kuat tarik *biodegradable foam* yaitu 29,16 MPa berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI). Pada penelitian ini, nilai kuat tarik untuk semua konsentrasi tidak masuk dalam standar nasional Indonesia (SNI).

## 6. Analisis Gugus Fungsi Biofoam

Analisis gugus fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terkandung dalam biofoam. Analisis gugus fungsi dilakukan pada sampel biofoam sebelum dan setelah didegradasi oleh mikroorganisme dalam tanah. Hasil spektrum yang diperoleh sebelum degradasi yaitu tanpa kitosan adanya serapan  $3397,54 \text{ cm}^{-1}$  pada sampel biofoam tanpa kitosan yang menunjukkan daerah serapan  $3200 \text{ cm}^{-1} - 3600 \text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus O-H. Adanya gugus OH yang berasal dari komponen penyusunnya pati yaitu amilosa dan amilopektin. Selain itu, muncul spektrum  $1239,28 \text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1150 \text{ cm}^{-1} - 1460 \text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus fungsi C-N dan spektrum  $1022,97 \text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1000 \text{ cm}^{-1} - 1300 \text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus fungsi C-O.

Hasil spektrum yang diperoleh pada biofoam konsentrasi kitosan 2% yaitu  $3398,53 \text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah  $3200 \text{ cm}^{-1} - 3600 \text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus O-H. Selain itu, muncul spektrum  $1241,23 \text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1150 \text{ cm}^{-1} - 1460 \text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus fungsi C-N dan spektrum  $1020,43 \text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1000-1300 \text{ cm}^{-1}$  merupakan gugus fungsi C-O.

Pada penambahan konsentrasi kitosan 3,5, 5 dan 6,5% muncul spektrum  $3448,88\text{ cm}^{-1}$ ,  $3399,30\text{ cm}^{-1}$  dan  $3399,02\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $3200\text{ cm}^{-1} - 3600\text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus fungsi O-H. Selain itu muncul spektrum  $1341,85\text{ cm}^{-1}$ ,  $1241,45\text{ cm}^{-1}$  dan  $1439,25\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1150\text{ cm}^{-1} - 1460\text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah gugus fungsi C-N dan muncul spektrum  $1023,93\text{ cm}^{-1}$ ,  $1022,32\text{ cm}^{-1}$  dan  $1022,79\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1000\text{ cm}^{-1} - 1300\text{ cm}^{-1}$  yang merupakan daerah khas gugus fungsi C-O.

Hasil spektrum yang diperoleh setelah degradasi yaitu tanpa kitosan adanya serapan  $3410,08\text{ cm}^{-1}$  pada sampel biofoam tanpa kitosan yang menunjukkan daerah serapan  $3200\text{ cm}^{-1} - 3600\text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus O-H. Selain itu, muncul spektrum  $1379,70\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1150\text{ cm}^{-1} - 1460\text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus fungsi C-N dan spektrum  $1020,60\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $1000\text{ cm}^{-1} - 1300\text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah khas gugus fungsi C-O.

Pada penambahan konsentrasi kitosan 2, 3,5, 5 dan 6,5% muncul spektrum  $3433,53\text{ cm}^{-1}$ ,  $3425,28\text{ cm}^{-1}$ ,  $3424,15\text{ cm}^{-1}$  dan  $3449,80\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan daerah serapan  $3200\text{ cm}^{-1} - 3600\text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah gugus fungsi O-H. Selain itu, muncul spektrum  $1151,04\text{ cm}^{-1}$ ,  $1155,67\text{ cm}^{-1}$ ,  $1341,86\text{ cm}^{-1}$  dan  $1154,10\text{ cm}^{-1}$  menunjukkan daerah serapan  $1150\text{ cm}^{-1} - 1460\text{ cm}^{-1}$  yang merupakan daerah khas gugus fungsi C-N dan muncul spektrum  $1023,44\text{ cm}^{-1}$ ,  $1021,87\text{ cm}^{-1}$ ,  $1019,99\text{ cm}^{-1}$  dan  $1080,16\text{ cm}^{-1}$  menunjukkan daerah serapan  $1000\text{ cm}^{-1} - 1300\text{ cm}^{-1}$  merupakan daerah gugus fungsi C-O.

Berdasarkan hasil analisis gugus fungsi, keberadaan gugus O-H dan C-O menandakan kemampuan degradabilitas pada biofoam. Hal ini disebabkan karena gugus O-H dan C-O merupakan gugus yang bersifat hidrofilik. Hasil yang diperoleh, tidak ada perbedaan gugus fungsi sebelum dan setelah biodegradasi.

## **7. Analisis Deskriptif**

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 16 dengan uji deskriptif, daya serap dengan konsentrasi 0%, 2%, 3,5%, 5%, dan 6,5% dengan masing-masing sampel yaitu memiliki nilai rata-rata 24,82, 22,71, 14,64, 10,29, dan 8,13. Daya serap dengan konsentrasi 0% memiliki nilai minimum sebesar 24,07 dan nilai maksimum 25,57, daya serap dengan konsentrasi 2% memiliki nilai minimum sebesar 22,23 dan nilai maksimum 23,19, daya serap dengan konsentrasi 3,5% memiliki nilai minimum sebesar 14,30 dan nilai maksimum 14,98, daya serap dengan konsentrasi 5% memiliki nilai minimum sebesar 10,19 dan nilai maksimum 10,40 untuk konsentrasi 6,5% memiliki nilai minimum sebesar 8,01 dan nilai maksimum 9,80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai optimum untuk daya serap terbaik berada pada konsentrasi sebesar 6,5%.

Tingkat biodegradasi dengan konsentrasi 0%, 2%, 3,5%, 5%, dan 6,5% dengan masing-masing sampel yaitu memiliki nilai rata-rata 51,26, 49,11, 43,94, 41,01, dan 33,36. Tingkat biodegradasi yaitu tingkat biodegradasi dengan konsentrasi 0% memiliki nilai minimum sebesar 50,92 dan nilai maksimum 51,61, tingkat biodegradasi dengan konsentrasi 2% memiliki nilai minimum sebesar 48,52 dan nilai maksimum 49,71, tingkat biodegradasi dengan konsentrasi 3,5% memiliki nilai minimum sebesar 43,65 dan nilai maksimum 44,23, tingkat biodegradasi dengan konsentrasi 5% memiliki nilai minimum sebesar 40,65 dan

nilai maksimum 41,38 dan untuk konsentrasi 6,5% memiliki nilai minimum sebesar 32,90 dan nilai maksimum 34,82. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai optimum untuk tingkat biodegrasi terbaik berada pada konsentrasi sebesar 6,5%.

Kuat Tarik dengan konsentrasi 0%, 2%, 3,5%, 5%, dan 6,5% dengan masing-masing sampel yaitu 2 memiliki nilai rata-rata 0,44, 0,53, 0,66, 0,84 dan 1,1. Kuat tarik dengan konsentrasi 0% memiliki nilai minimum sebesar 0,4316 dan nilai maksimum 0,4583, kuat tarik dengan konsentrasi 2% memiliki nilai minimum sebesar 0,5073 dan nilai maksimum 0,5657, kuat tarik dengan konsentrasi 3,5% memiliki nilai minimum sebesar 0,6693 dan nilai maksimum 0,6699, kuat tarik dengan konsentrasi 5% memiliki nilai minimum sebesar 0,7991 dan nilai maksimum 0,8969, kuat tarik dengan konsentrasi 6,5% memiliki nilai minimum sebesar 1,0174 dan nilai maksimum 1,2064. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai optimum untuk tingkat biodegrasi terbaik berada pada konsentrasi sebesar 6,5%.

Dari tabel deskriptif dideskripsikan bahwa daya serap, tingkat biodegradasi dan kuat tarik memiliki nilai optimum tertinggi pada konsentrasi 6,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 6,5% yang paling baik untuk digunakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu:

3. Variasi penambahan kitosan dengan konsentrasi 0, 2, 3,5, 5 dan 6,5% berpengaruh secara signifikan ( $p < 0,05$ ) terhadap daya serap air, tingkat biodegradasi dan kuat tarik *biodegradable foam* berbahan baku pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus*)
4. Konsentrasi penambahan kitosan pada daya serap air yaitu semua variasi pada perendaman 1 menit sebesar 8,14% - 24,82%. Konsentrasi kitosan pada tingkat biodegradasi yaitu 0% sebesar 51,26% dan kuat tarik yaitu 6,5% sebesar 1,1119 MPa. Nilai optimum daya serap air, tingkat biodegradasi dan kuat tarik terdapat pada penambahan kitosan 6,5%.

#### **G. Saran**

Sebaiknya penelitian selanjutnya melakukan uji ketebalan dan uji persen pemanjangan pada *biodegradable foam*.



## DAFTAR PUSTAKA


- Anggarini, Fetty. "Aplikasi Plastisizer Gliserol Pada pembuatan Plastik Biodegradable Dari Biji Nangka". *Skripsi*, Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UNES, 2013.
- Anonim. *Balai Penelitian dan Pengembangan Industri*. Semarang: Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 1992.
- Anonim. 2008 "Gelatin halal gelatin haram". *Jurnal Halal (LPPOM MUI)* 3 no.1 (2008): h. 32-41.
- Aulia, Fenny, dkk. "Studi Penyediaan Nanokristal Selulosa Dari Tandan Kosong Sawit (TKS)". *Jurnal Sainia Kimia* 1, no. 2 (2013): h. 1-7.
- Austin, T. *Shenrve's Chemistry Process Industries, Fourth Edition*. New York: McGraw Hill Book Company, 1985.
- Boediono, Mario P.A.D.R. "Pemisahan dan Pencirian Amilosa dan Amilopektin Dari Pati Jagung dan Pati Kentang Pada Berbagai Suhu". *Skripsi*, Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Cahyaningrum, S. E., dkk. "Pemakaian Kitosan Limbah Udang Windu sebagai Matriks Pendukung pada Imobilisasi Papain". *Jurnal Akta Kimindo* 2, no. 1 (2007): h. 93-98.
- Cowd, MA. *Kimia Polimer*. Bandung: ITB, 1991.
- Dallan, P. R. M., *et al.* "Effects of Chitosan Solution Concentration and Incorporation of Chitin and Glycerol on Dense Chitosan Membrane Properties". *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials* (2006): h. 394-405.
- Darni, Yuli. "Sintesis Plastik Biodegradable dari Pati Pisang dan Gelatin dengan Polyol sebagai *Plasticizer*". *Jurnal Lembaga Penelitian* (2009): h. 1.
- Darni, Yulidan Herti Utami. "Studi Pembuatan dan Karakteristik Sifat Mekanik dan Hidrofobisitas Bioplastik dari Pati Sorgum". *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 7, no. 4 (2010): h. 88-93.
- Daulay. "Variasi Ukuran Partikel dan Komposisi Perekat Phenol Formaldehida-Styrofoam Terhadap Kualitas Papan Partikel dari Limbah Batang Kelapa Sawit". *Skripsi*, Sumatera: Fakultas Pertanian, Sumatera Utara, 2014.
- Ellis RP *et al.* "Starch production and industrial use. *Journal of the Science of Food and Agriculture*" 77 (1998): h. 289-311.
- Fang Q and Hanna MA. "Functional properties of polylactic acid starch based loose fill packaging foams". *Cereal Chem* 77, no. 6 (2000): h. 779-783.
- Gledhill, W.E. "Linear Alkylbenzene Sulfonate: Biodegradation and Aquatic Interaction". *Journal of Applied Microbiology*, 17 (1974): h. 265-293.

- Gontard N, *et al.* "Water and glycerol as plasticizer affect mechanical and water vapor barrier properties of an edible wheat film". *Journal of Food Sci* 58, no. 1 (1993):h. 201-211.
- Gunawan, Veronica. "Formulasi dan Aplikasi *Edible Coating* Berbasis Pati Sagu dengan Penambahan Vitamin C pada Paprika". *Skripsi*, Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Hartati, N Sri dan Titik K Prana. "Analisis Kadar Pati dan Serat Kasar Tepung Beberapa Kultivar Tala (*Colocasia Esculenta* L. Schott)". *Jurnal Natur Indonesia* 6, no. 1 (2003): h. 29-33.
- Hastuti, Dewi, dkk. "Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin". *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 3, no. 1 (2007): h. 40-42.
- Hayati, Salma. "Pengaruh Waktu Fermentasi terhadap Kualitas Tempe Dari Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) dan Penentuan Kadar Zat Gizinya". *Skripsi*, Medan: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, 2009.
- "Inovasi Biofoam Sebagai Alternatif Kemasan *Styrofoam*", *UMKM Digital Magazine*, 1 Agustus 2015.
- Iriani, Evi Safitri. "Pengembangan Produk *Biodegradable Foam* Berbahan Baku Campuran Tapioka dan Ampok". *Tesis*, Bogor: Fakultas Teknik Kimia, Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Iriani, Evi Safitri, dkk. "Pengembangan *Biodegradable Foam* Berbahan Baku Pati". *Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian*. 7, no. 1 (2011): h. 30-40.
- Joseph, C.S., Prasthant, K. V. H., Rastogi, N. K., Indiramma, A. R. "Optimum Blend of Chitosan and Poly-(E-Caprolactone) for Fabrication of Films for Food Packaging Applications". *Journal Food Bioprocess Technol.* 4, no. 7 (2009): h. 1179-1185.
- Khalid KAT, Moorthy R, Saad S. "Environmental Ethics in Governing Recycled Material *Styrofoam* for Building Human Habitat". *American Journal Environmental Science* 8 no. 6 (2012): h. 591-596.
- Krogars, K. "Aqueous Based Amylose Rich Maize Starch Solution and Dispersion: a Study on Free Film and Coatings". *Disertasi*. Helsinki: Faculty of Science, University of Helsinki, 2003.
- Kusbandari, Aprilia. "Analisis Kualitatif Kandungan Sakarida dalam Tepung dan Pati Umbi Ganyong". *Pharmaciana* 5, no. 1 (2015): h. 35-42.
- Kusumawati, Desti Dwi, dkk. "Pengaruh Perlakuan Pendahuluan dan Suhu Pengeringan terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Sensori Tepung Biji Nangka (*Atocarpus heterophyllus*)". 1, no. 1 (2012): h. 41-48.
- Lazuardi, Gilang Pandu dan Sari Edi Cahyaningrum. "Pembuatan Dan Karakterisasi Bioplastik Berbahan Dasar Kitosan Dan Pati Singkong Dengan Plasticizer Gliserol". *Journal Of Chemistry* 2, no. 3 (2013): h. 161-166.
- Lehninger, A., L. Dasar-Dasar Biokimia. Penerjemah: M. Thenawijaya. Jakarta: Erlangga, 1982.

- Lindsay RC. *Food Additives*. Di Dalam Fennema OR, editor. Food Chemistry. New York: Marcel Dekker Inc, 1985.
- Madsen, E. L. *Methods for Determining Biodegradability*. Di dalam Hurst, C. J., G. R. Knudsen, M. J. McInerney, Linda D. Stetzenbach and M. V. Walter (eds): *Manual of Environmental Microbiology*. Washington DC: American Society for Microbiology-ASM Press, 1997.
- Mahatmanti, Windi F, dkk. "Sintesis Kitosan Dan Pemanfaatannya Sebagai Anti Bakterial Ikan Segar". *Jurnal UNES* 3 no. 1 (2010): h. 44-62.
- Neely, M. *Chitin and Its Derivates in Industrial*. California: Gums Kelco Company, 1969.
- Pagliari, Mario., Rossi, Michele. *The Future of Glycerol: New Uses of a Versatile Raw Material*. RSC Green Chemistry Book Series, 2008.
- Pranamuda, Hardaning. "Pengembangan Bahan Plastik Biodegradable Berbahan Baku Pati Tropis", Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2001
- Prasetyo, Ari Eko, dkk. "Potensi Gliserol dalam Pembuatan Turunan Gliserol Melalui Proses Esterifikasi". *Jurnal Ilmu Lingkungan* 10, no. 1 (2012): h. 26-31.
- Pulungan, Maimunah Hindun, dkk. "Pembuatan Plastik Biodegradable Pati Sagu (Kajian Penambahan Kitosan dan Gelatin)". *Prosiding Seminar Agroindustri dan Loka karya Nasional FKPT-TPI* (2015): h. 61-67.
- Purbasari, Aprilina, dkk. "Bioplastik Dari Tepung dan Pati Biji Nangka". (2014): h. 54-59.
- Putro, Andhi Laksono dan Didik Prasetyoko. "Abu Sekam Padi sebagai Sumber Silika Pada Sintesis Zeolit ZSM-5 Tanpa Menggunakan Templat Organik". *Jurnal Akta Kimindo* 3, no. 1 (2007): h. 33-36.
- Rahayu, Fadjar dan Nurul Hidayati Fithriyah. "Pengaruh Waktu Ekstraksi Terhadap Rendemen Gelatin Dari Tulang Ikan Merah". *Jurnal Teknik Kimia* 1 no. 6 (2015): h. 1-6.
- Rismana, E. *Serat Kitosan Mengikat Lemak*. Jakarta: Pusat P2 Teknologi Farmasi, 2003.
- Rizal, Saifur, dkk. "Pengaruh Konsentrasi Natrium Bisulfit dan Suhu Pengeringan terhadap Sifat Fisik-Kimia Tepung Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)". *Jurnal Bioproses Komoditas Tropis* 1, no. 2 (2013): h. 1-10.
- Rukmana, Rahmat. *Budi Daya Nangka*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Samsiah, Robiatuh. "Karakterisasi Biokomposit Apatit-Kitosan dengan XRD (*X-Ray Diffraction*), FTIR (*Fourier Transform Infrared*), SEM (*Scanning Electron Microscopy*) dan Uji Mekanik". *Skripsi*, Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Samsuri, Bilal. "Penggunaan Prigelatinisasi Pati Singkong Suksinat sebagai Matriks dalam Sediaan Tablet Mengapung Verapamil HCl". *Skripsi*, Depok:

- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, 2008.
- Saputro, Dovan Tri, dkk. “Konversi Pati Ubi Nagara (*Ipomeabatatas L*) Khas Kalimantan Selatan sebagai Sumber Bahan Baku Gelatin”. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kimia dan Sumber Daya Alam* ISBN 978-602-70195-1-5 (2016): h. 134-138.
- Setyawati. *Karakteristik Pati dan Manfaatnya dalam Industri*. Bogor: IPB,1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sirappa, MP. “Prospek Pengembangan Sorgum Di Indonesia Sebagai Komoditas Alternatif Untuk Pangan, Pakan, Dan Industri. *Jurnal Litbang Pertanian*”. *Jurnal Litbang Pertanian* (2003)
- Stevens, M. P. *Kimia Polimer*. Diterjemahkan oleh Iis Sopyan. Pradnya Paramita. Jakarta,2001.
- Sugita, Wukirsari, dkk. *Kitosan: Sumber Biomaterial Masa Depan*. Bogor: IPB Press. 2009.
- Sulchan M dan Endang NW. “Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam”. *Majalah Kedokteran Indonesia* 57, no. 2 (2007): h. 54-59.
- Suprapti, M. Lies. *Keripik, Manis Kering dan Sirup Nangka*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Susiyanti, Hany Fitri. “Sintesis dan Karakterisasi Membran Penukar Proton Polistirena Tersulfonasi sebagai Bahan Perangkat *Direct Methanol Fuel Cell*”. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Tharanathan, R.N. “Review: Biodegradable films and composite coatings: past, present and future, *Trends Food Science and Technology*”. 14 (2003): h. 71-78.
- Ummah, Nathiqoh Al. “Uji Ketahanan Biodegradable Plastik Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap Air Dan Pengukuran Densitasnya”. *Skripsi*, Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2013.
- Wicaksono, Bagas. “Mengolah Limbah Styrofoam, Kulit Jeruk dan Serat Sanseveiria Menjadi Benang Sintetik Yang Bernilai Ekonomi”. *Skripsi*, Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Widyastuti, Y.E. *Nangka dan Cempedak Ragam Jenis dan Pembudidayaan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 1993.
- Winarno, F. G. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia,1984.
- Wistyani, R. “Pengaruh Penambahan Amilum Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*) Sebagai Bahan Penghancur Terhadap Sifat Fisik dan Profil Disolusi Tablet Parasetamol”. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, UMS, 2005.

**Lampiran 1: Skema Umum Penelitian**

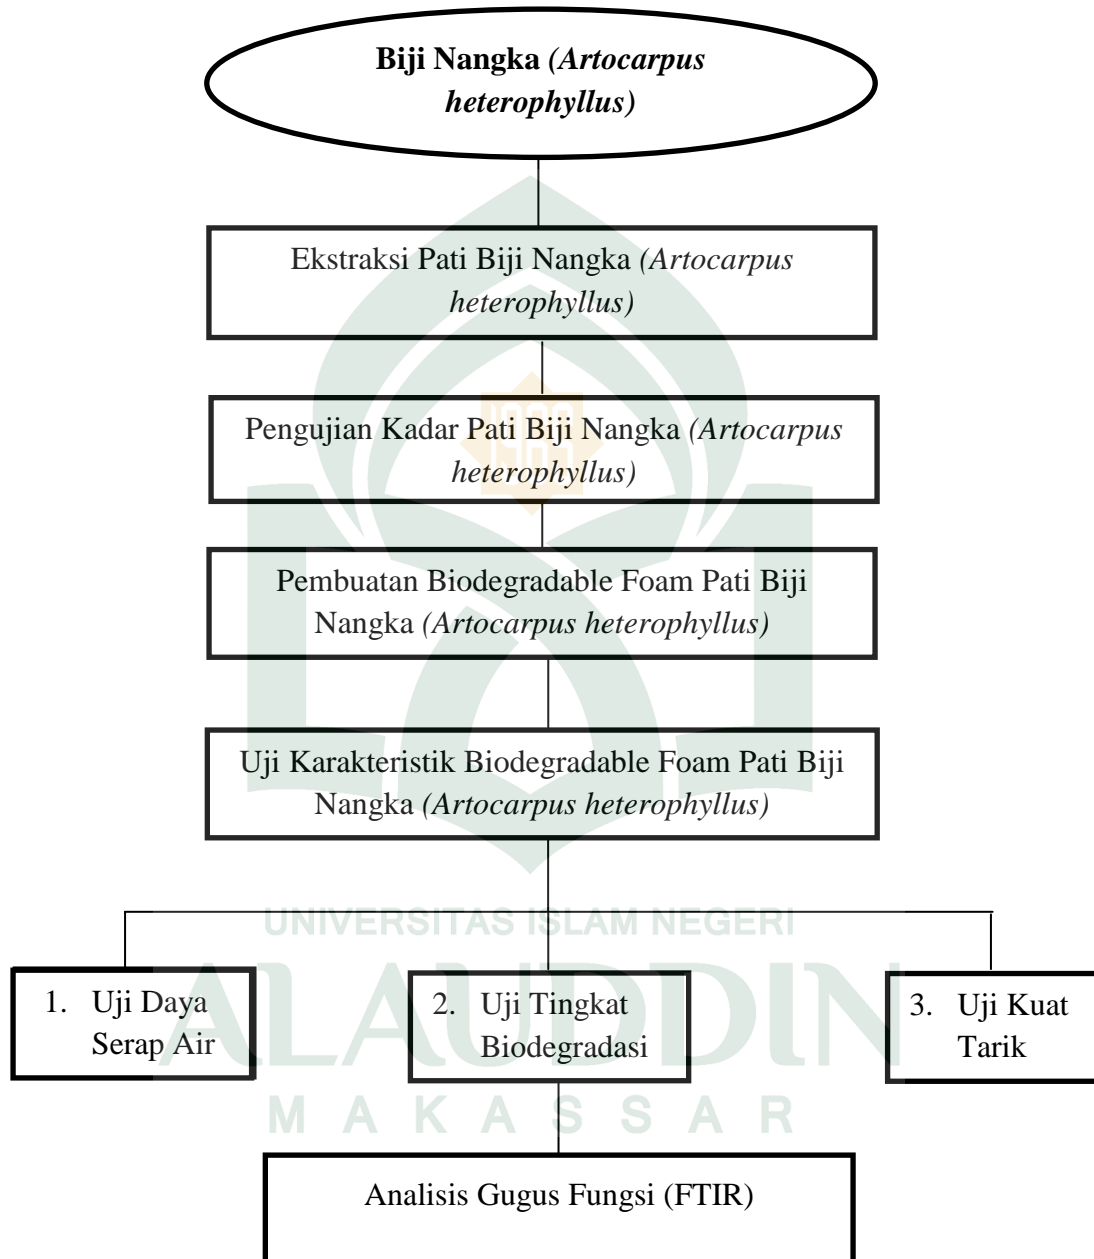

## Lampiran 2: Perhitungan Kadar Pati

$$\begin{aligned}\text{Rendemen (\%)} &= \frac{\text{Berat endapan (g)}}{\text{Berat sampel basah (g)}} \times 100\% \\ &= \frac{360 \text{ g}}{4000 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 9\%\end{aligned}$$

## Lampiran 3: Contoh Perhitungan Daya Serap Air

Daya serap air biofoam pada masing-masing sampel:

Variasi kitosan 0% : 6,5%

$$\begin{aligned}\text{Penambahan berat (\%)} &= \left( \frac{W_1 - W_0}{W_0} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{0,8995 - 0,7250}{0,7250} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{0,1745}{0,7250} \right) \times 100\% \\ &= 0,2407 \times 100\% \\ &= 24,07\%\end{aligned}$$

(Perhitungan yang sama dilakukan untuk menghitung daya serap air biofoam pada penambahan kitosan 2, 3,5, 5 dan 6%).

#### Lampiran 4: Contoh Perhitungan Uji Tingkat Biodegradasi

Uji tingkat biodegradasi biofoam pada masing-masing sampel:

Variasi kitosan 0% : 6,5%



$$\begin{aligned}\text{Kehilangan berat (\%)} &= \left( \frac{W_0 - W_1}{W_0} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{1,7182 - 0,8315}{1,7182} \right) \times 100\% \\ &= \left( \frac{0,8867}{1,7182} \right) \times 100\% \\ &= 0,5161 \times 100\% \\ &= 51,61\%\end{aligned}$$

(Perhitungan yang sama dilakukan untuk menghitung tingkat biodegradasi biofoam pada penambahan kitosan 2, 3,5, 5 dan 6%).


## Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian




Biji nangka

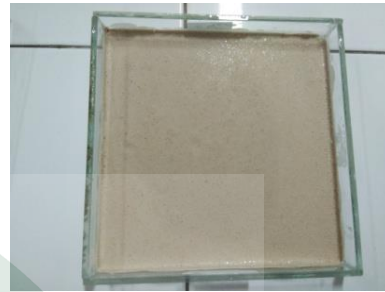


Biofoam ukuran 20 x 20 cm




Uji tingkat biodegradasi



Uji daya serap air



Uji kuat tarik




Analisis gugus fungsi




## Lampiran 6: Hasil Analisis Gugus Fungsi


### 1. Kitosan : Gelatin (0 : 6,5) Sebelum Ditanam

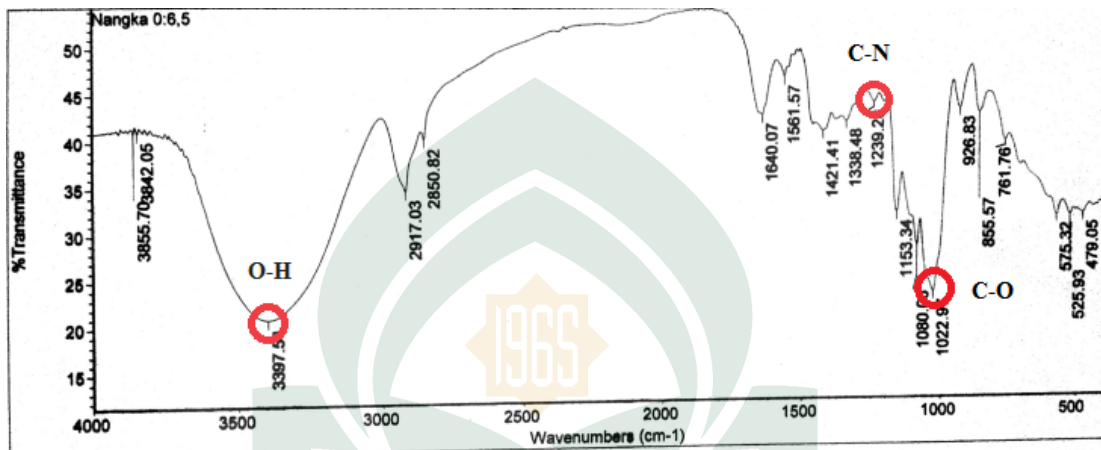


### 2. Kitosan : Gelatin (0 : 6,5) Setelah Ditanam

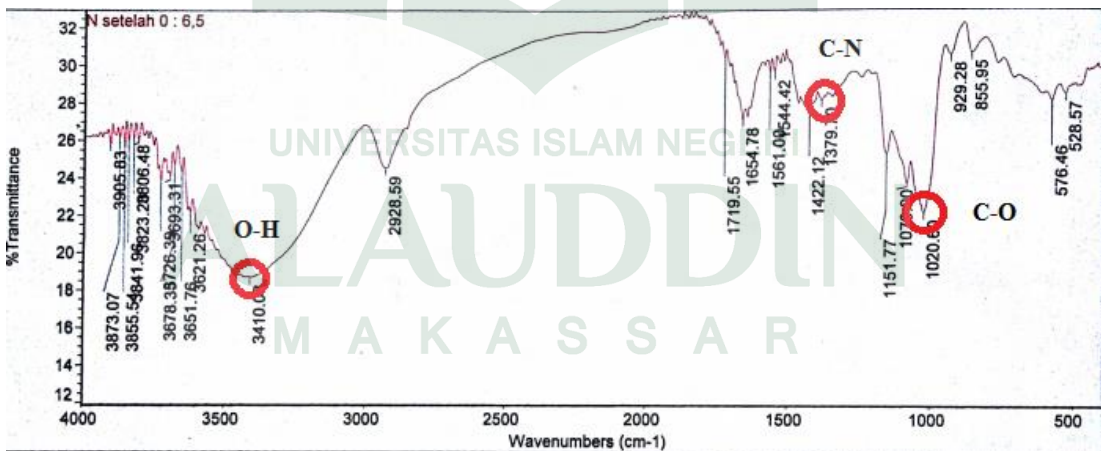


### 3. Kitosan : Gelatin (2 : 4,5) Sebelum Ditanam

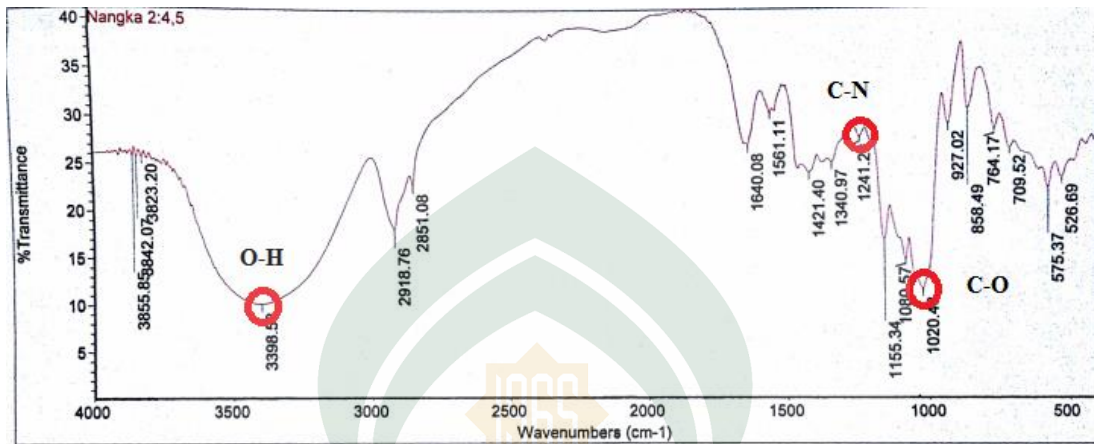


### 4. Kitosan : Gelatin (2 : 4,5) Setelah Ditanam

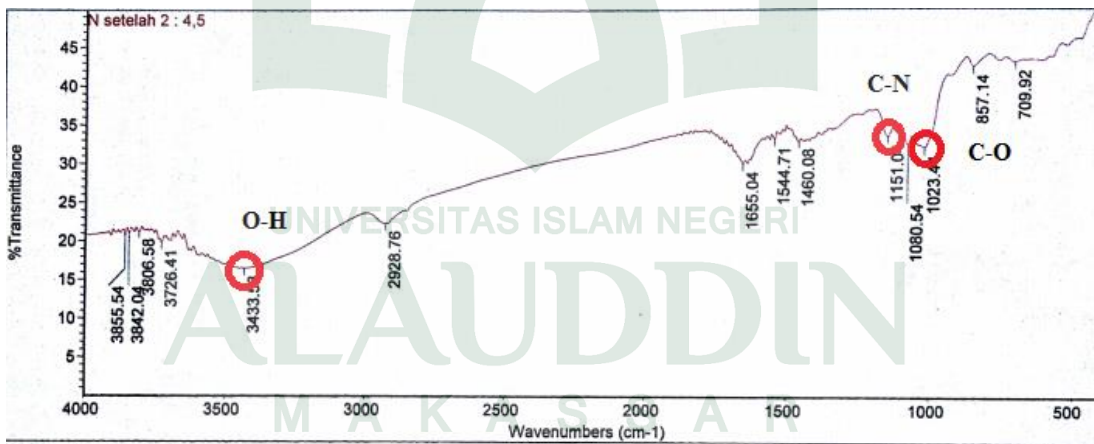


**5. Kitosan : Gelatin (3,5 : 3) Sebelum Ditanam**

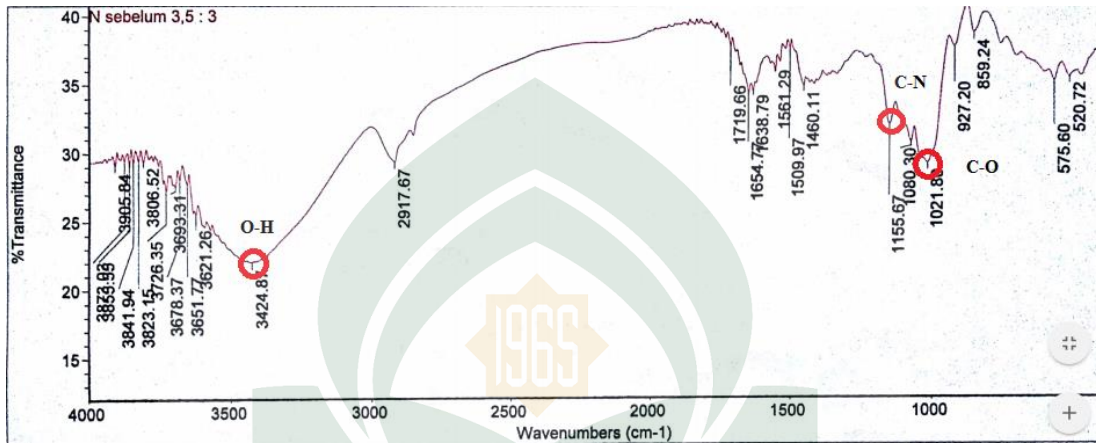


**6. Kitosan : Gelatin (3,5 : 3) Setelah Ditanam**

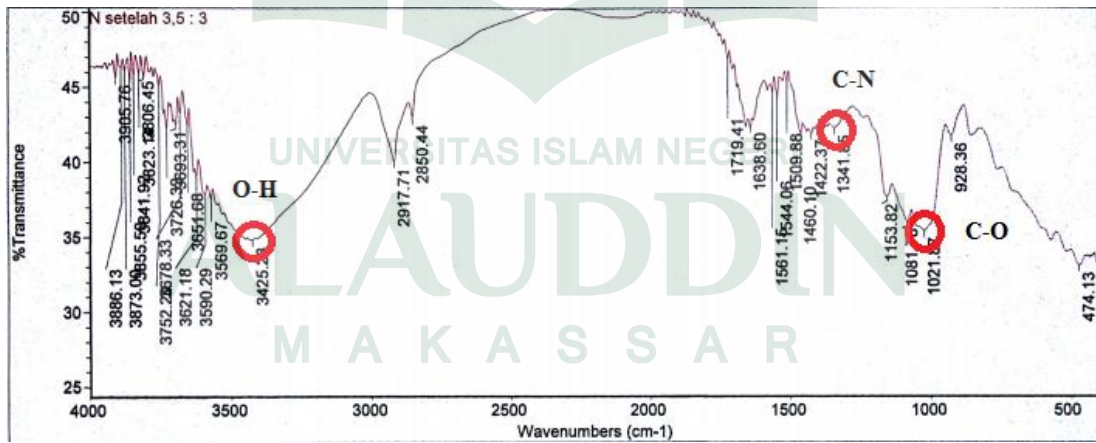


**7. Kitosan : Gelatin (5 : 1,5) Sebelum Ditanam**

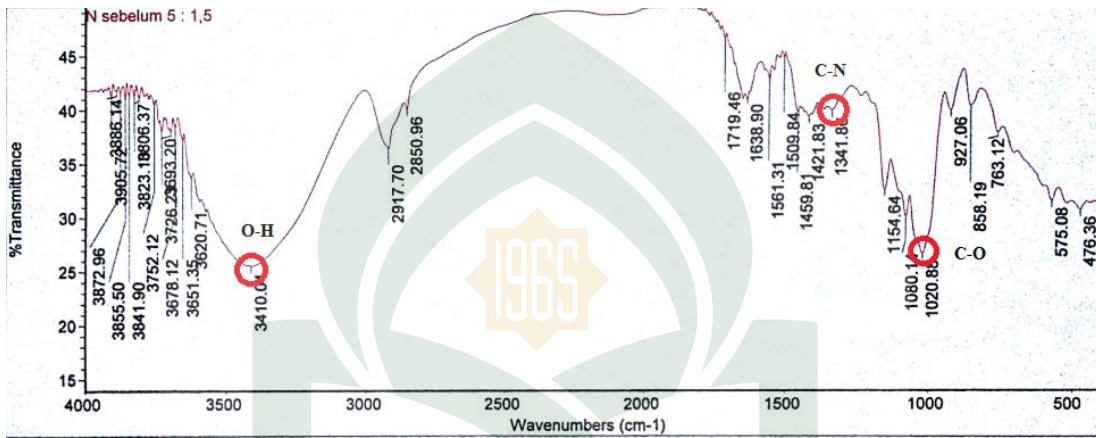


**8. Kitosan : Gelatin (5 : 1,5) Setelah Ditanam**

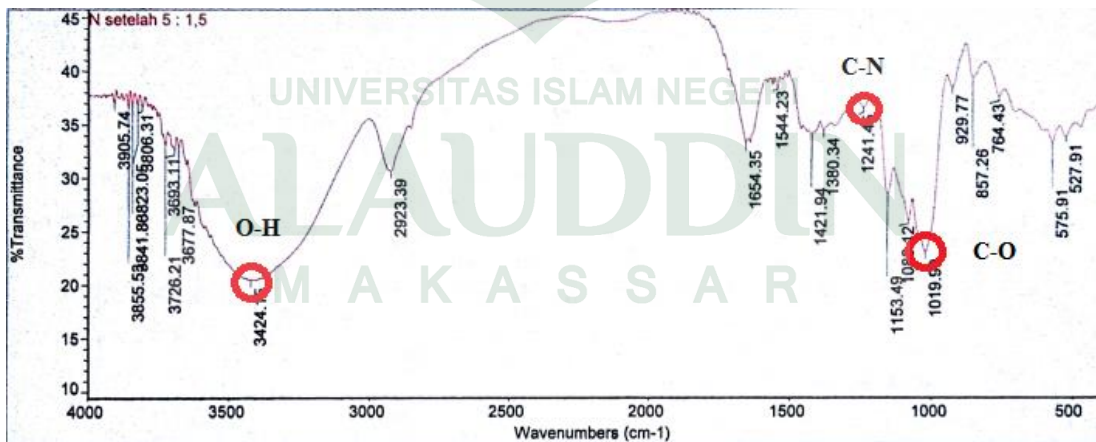

### 9. Kitosan : Gelatin (6,5 : 0) Sebelum Ditanam

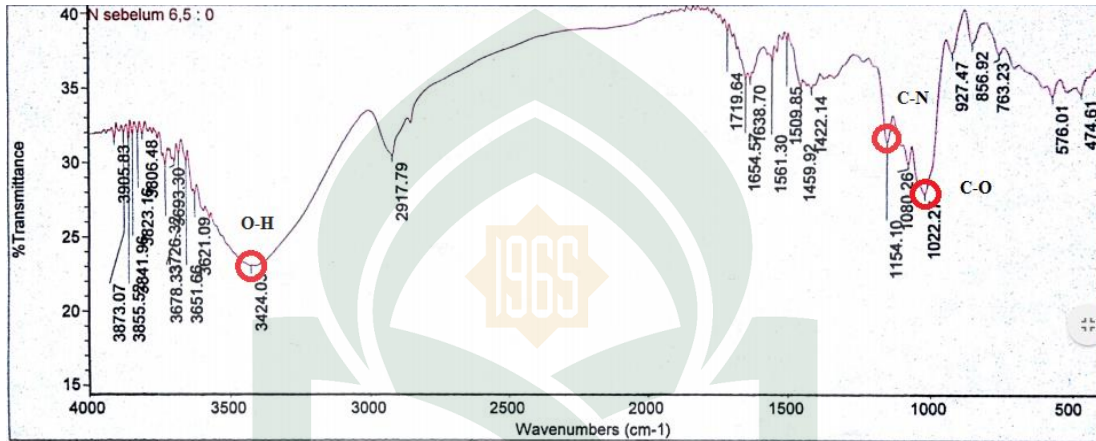

### 10. Kitosan : Gelatin (6,5 : 0) Setelah Ditanam

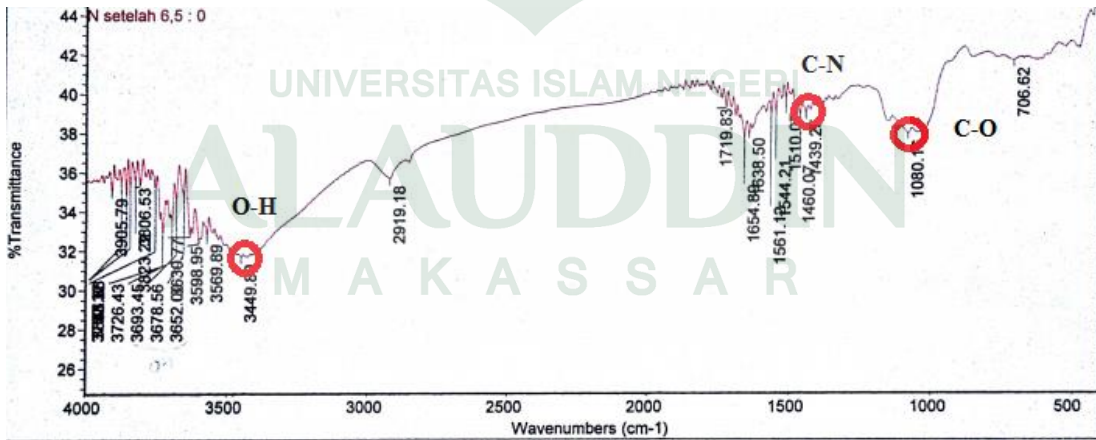

**Lampiran 7: Hasil Statistik Uji Anova**

**ANOVA**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Daya_Serap	Between Groups	571.591	4	142.898	407.360	.000
	Within Groups	1.754	5	.351		
	Total	573.345	9			
Biodegradasi	Between Groups	401.453	4	100.363	278.176	.000
	Within Groups	1.804	5	.361		
	Total	403.256	9			
Kuat_Tarik	Between Groups	.564	4	.141	28.518	.001
	Within Groups	.025	5	.005		
	Total	.588	9			

**Multiple Comparisons**

**LSD**

Dependent Variable	(I) Kitosan	(J) Kitosan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Daya_Serap	0	2.5	-1.95500*	.59228	.021	-3.4775	-.4325
		3.5	10.18000*	.59228	.000	8.6575	11.7025
		5	14.52500*	.59228	.000	13.0025	16.0475
		6.5	16.68500*	.59228	.000	15.1625	18.2075
	2.5	0	1.95500*	.59228	.021	.4325	3.4775
		3.5	12.13500*	.59228	.000	10.6125	13.6575
		5	16.48000*	.59228	.000	14.9575	18.0025
		6.5	18.64000*	.59228	.000	17.1175	20.1625
	3.5	0	-10.18000*	.59228	.000	-11.7025	-8.6575

		2.5	-12.13500*	.59228	.000	-13.6575	-10.6125
		5	4.34500*	.59228	.001	2.8225	5.8675
		6.5	6.50500*	.59228	.000	4.9825	8.0275
	5	0	-14.52500*	.59228	.000	-16.0475	-13.0025
		2.5	-16.48000*	.59228	.000	-18.0025	-14.9575
		3.5	-4.34500*	.59228	.001	-5.8675	-2.8225
		6.5	2.16000*	.59228	.015	.6375	3.6825
	6.5	0	-16.68500*	.59228	.000	-18.2075	-15.1625
		2.5	-18.64000*	.59228	.000	-20.1625	-17.1175
		3.5	-6.50500*	.59228	.000	-8.0275	-4.9825
		5	-2.16000*	.59228	.015	-3.6825	-.6375
Biodegradasi	0	2.5	2.15000*	.60066	.016	.6060	3.6940
		3.5	7.32500*	.60066	.000	5.7810	8.8690
		5	10.25000*	.60066	.000	8.7060	11.7940
		6.5	17.90500*	.60066	.000	16.3610	19.4490
	2.5	0	-2.15000*	.60066	.016	-3.6940	-.6060
		3.5	5.17500*	.60066	.000	3.6310	6.7190
		5	8.10000*	.60066	.000	6.5560	9.6440
		6.5	15.75500*	.60066	.000	14.2110	17.2990
	3.5	0	-7.32500*	.60066	.000	-8.8690	-5.7810
		2.5	-5.17500*	.60066	.000	-6.7190	-3.6310
		5	2.92500*	.60066	.005	1.3810	4.4690
		6.5	10.58000*	.60066	.000	9.0360	12.1240
	5	0	-10.25000*	.60066	.000	-11.7940	-8.7060
		2.5	-8.10000*	.60066	.000	-9.6440	-6.5560
		3.5	-2.92500*	.60066	.005	-4.4690	-1.3810
		6.5	7.65500*	.60066	.000	6.1110	9.1990
	6.5	0	-17.90500*	.60066	.000	-19.4490	-16.3610
		2.5	-15.75500*	.60066	.000	-17.2990	-14.2110

		3.5	-10.58000*	.60066	.000	-12.1240	-9.0360
		5	-7.65500*	.60066	.000	-9.1990	-6.1110
Kuat_Tarik	0	2.5	-.0915500	.0702920	.250	-.272241	.089141
		3.5	-.2246500*	.0702920	.024	-.405341	-.043959
		5	-.4030500*	.0702920	.002	-.583741	-.222359
		6.5	-.6669500*	.0702920	.000	-.847641	-.486259
	2.5	0	.0915500	.0702920	.250	-.089141	.272241
		3.5	-.1331000	.0702920	.117	-.313791	.047591
		5	-.3115000*	.0702920	.007	-.492191	-.130809
		6.5	-.5754000*	.0702920	.000	-.756091	-.394709
	3.5	0	.2246500*	.0702920	.024	.043959	.405341
		2.5	.1331000	.0702920	.117	-.047591	.313791
		5	-.1784000	.0702920	.052	-.359091	.002291
		6.5	-.4423000*	.0702920	.001	-.622991	-.261609
	5	0	.4030500*	.0702920	.002	.222359	.583741
		2.5	.3115000*	.0702920	.007	.130809	.492191
		3.5	.1784000	.0702920	.052	-.002291	.359091
		6.5	-.2639000*	.0702920	.013	-.444591	-.083209
	6.5	0	.6669500*	.0702920	.000	.486259	.847641
		2.5	.5754000*	.0702920	.000	.394709	.756091
		3.5	.4423000*	.0702920	.001	.261609	.622991
		5	.2639000*	.0702920	.013	.083209	.444591

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.



**Lampiran 8: Hasil Statistik Nilai Optimum**


**Descriptives**

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Daya_Serap	0	24.8200	1.06066	.75000	15.2903	34.3497	24.07	25.57
	2.5	22.7100	.58690	.41500	21.5019	32.0481	22.23	23.19
	3.5	14.6400	.48083	.34000	10.3199	18.9601	14.30	14.98
	5	10.2950	.14849	.10500	8.9608	11.6292	10.19	10.40
	6.5	8.1350	.17678	.12500	6.5467	9.7233	8.01	9.80
	Total	10	16.9330	7.98154	2.52398	11.2234	22.6426	8.01
Biodegradasi	0	51.2650	.48790	.34500	46.8814	55.6486	50.92	51.61
	2.5	49.1150	.84146	.59500	41.5548	56.6752	48.52	49.71
	3.5	43.9400	.41012	.29000	40.2552	47.6248	43.65	44.23
	5	41.0150	.51619	.36500	36.3772	45.6528	40.65	41.38
	6.5	33.3600	.65054	.46000	27.5151	39.2049	32.90	34.82
	Total	10	43.7390	6.69375	2.11675	38.9506	48.5274	32.90
Kuat_Tarik	0	.444950	.0188798	.0133500	.275322	.614578	.4316	.4583
	2.5	.536500	.0412950	.0292000	.165479	.907521	.5073	.5657
	3.5	.669600	.0004243	.0003000	.665788	.673412	.6693	.6699
	5	.848000	.0691550	.0489000	.226667	1.469333	.7991	.8969
	6.5	1.111900	.1336432	.0945000	-.088836	2.312636	1.0174	1.2064
	Total	10	.722190	.2556747	.0808514	.539291	.905089	.4316

<b>Maksimum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum - Minimum</b>
25.57	24.07	1.5
23.19	22.23	0.96
14.98	14.30	0.68
10.40	10.19	0.21
9.80	8.01	1.79
51.61	50.92	0.69
49.71	48.52	1.19
44.23	43.65	0.58
41.38	40.65	0.73
34.82	32.90	1.92
0.4583	0.4316	0.0267
0.5657	0.5073	0.0584
0.6699	0.6693	0.0006
0.8969	0.7991	0.0978
1.2064	1.0174	0.189

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

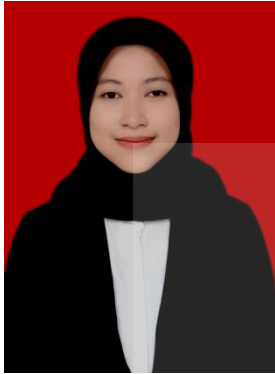

Irma Nurfitasari atau biasa dipanggil Irma, lahir di Wotu pada tanggal 28 April 1996. Penulis lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan ayah yang bernama Suwarno, S.Pd dan ibu yang bernama Tusiyah. Penulis memulai pendidikan di TK Riyadussalam pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di bangku sekolah dasar yaitu di SDN 126 Lembah Bahagia pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Wotu. Setelah lulus SMP pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu Timur. Pada tahun 2014 penulis lulus dari SMA dan pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR ke jenjang S1 jurusan KIMIA di fakultas Sains dan Teknologi. Motto yang selama ini penulis terapkan dalam hidupnya sehari-hari yaitu *“Jangan pernah berhenti berusaha, tetaplh sabar dan percaya bahwa Allah swt memiliki banyak rencana baik untuk kita”*.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R