

**PENENTUAN KONSENTRASI DAN WAKTU KONTAK OPTIMUM
KOMPOSIT TiO₂-KARBON AKTIF DALAM MENDEGRADASI
ZAT WARNA RHODAMIN B**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kimia Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ARNI SOFIANINGSI ZAIDA
NIM: 60500114016
ALAUDDIN
MAKASSAR

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arni Sofianingsi Zaida
NIM : 60500114016
Tempat/TglLahir : Malua/10 Desember 1996
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Toa Daeng 3, Jl. Pasaran Keke
Judul : Penentuan Massa dan Waktu Kontak Optimum Komposit
TiO₂-Karbon Aktif dalam Mendegradasi Zat Warna Rhodamin
B

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

M A K A S S A R Samata, November 2018

Penyusun

Arni Sofianingsi Zaida
NIM: 60500114016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Penentuan Massa dan Waktu Kontak Optimum Komposit TiO₂-Karbon Aktif dalam Mendegradasi Zat Warna Rhodamin B**” yang disusun oleh **Arni Sofianingsi Zaida**, NIM: 60500114016, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa 13 November 2018 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 13 November 2018 M
5 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**

Sekretaris : **Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.**

Munaqisyi I : **Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si.**

Munaqisyi II : **Dr. Tasmin Tangareng, M.Ag.**

Pembimbing I : **Dra. Sitti Chadijah., M.Si.**

Pembimbing II : **Firnanelty, S.Si., M.Si.**

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ

Puji syukur kepada Allah swt yang telah menciptakan alam semesta dalam suatu keteraturan sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesempatan menyelesaikan Skripsi penelitian yang berjudul ***“Penentuan Massa dan Waktu Kontak Optimum Komposit TiO₂-Karbon Aktif Terhadap Fotodegradasi Zat Warna Rhodamin B”*** yang terlaksana dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw yang di utus ke permukaan bumi ini menuntun manusia dari lembah kebiadaban menuju ke puncak peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan. Namun berkat kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan Skripsi ini. Olehnya itu, secara mendalam penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Ayahanda Darminto dan Ibunda Zainab serta saudara/saudariku atas bantuan dan motivasi yang diberikan, begitupun kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi beserta jajarannya.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna, M.Si. selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. St. Chadijah, S.Si., M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Firnelty, S.Si., M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan dari awal penelitian sampai akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST ., M.Si selaku penguji I dan Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag, selaku penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen, Staf dan para Laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Guru di SMK-SMAK Makassar yang telah membantu dalam analisis penelitian sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dengan baik.
9. Ibu Afifah dan sejarannya di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Jakarta Timur yang telah membantu dalam analisis penelitian SEM.
10. Sahabat sekaligus rekan penelitian saya Windasari yang setia menemani dan membantu selama penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi yang kami susun ini dapat diterima oleh pembaca pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu.

Samata, Agustus 2018

Penulis,

(Arni Sofianingsi Zaida)

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7-21
A. Fotokatalisis.....	7
B. Titanium Dioksida (TiO ₂).....	8
C. Karbon Aktif.....	10
D. Tandan Kosong Kelapa Sawit.....	14
E. Komposit TiO ₂ -Karbon Aktif.....	16
F. Zat Warna Rhodamin B.....	17
G. Spektrofotometer UV-Vis.....	18

H. <i>Scanning Elektron Microscopy</i> (SEM)	20
BAB III METODE PENELITIAN	22-25
A. Waktu dan Tempat.....	22
B. Alat dan Bahan.	22
C. Prosedur Penelitian.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26-36
A. Hasil Penelitian	
1. Kualitas Karbon Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit.....	26
2. Penentuan Kurva Standar Rhodamin B	26
3. Fotodegradasi Rhodamin B dengan Komposit TiO ₂ -Karbon Aktif.....	27
4. Uji Morfologi % Degradasi Optimum.....	28
B. Pembahasan	
1. Pembuatan Karbon Aktif.....	28
2. Uji Kadar Air.....	30
3. Uji Kadar Abu.....	30
4. Sintesis Komposit Fotokatalisis TiO ₂ -Karbon Aktif.....	31
5. Penentuan Kurva Standar Rhodamin B.....	31
6. Fotodegradasi Rhodamin B dengan Komposit TiO ₂ -Karbon Aktif.....	32
7. Uji Morfologi SEM (<i>Scanning Elektron Mikroskopi</i>).....	35
BAB V PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.....	37

DAFTAR PUSTAKA	38-40
LAMPIRAN.....	37
BIOGRAFI.	xiv



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Sifat Fisik dan Mekanik Titanium Dioksida (TiO ₂).....	9
Tabel 2.2. Standar Mutu Karbon Aktif.	13
Tabel 2.3. Komponen Kimia Tandan Kosong Kelapa Sawit	16
Tabel 4.1. Hasil Kualitas Karbon Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit.....	26
Tabel 4.2. Hasil Pengukuran Larutan Standar Rhodamin B.	26
Tabel 4.3. Hasil % Degradasi Rhodamin B Komposit TiO ₂ -Karbon Aktif.....	26



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1. Tandan Kelapa Sawit	15
Gambar 2.2 Alat Spektrofotometer UV-Vis	19
Gambar 2.3. Alat <i>Scanning Elektron Mikroskopy</i> (SEM).....	20
Gambar 4.1. Kurva Standar Rhodamin B	27
Gambar 4.2. Hasil Analisis Morfologi SEM.....	28
Gambar 4.3. Grafik Degradasi Rhodamin B.....	32
Gambar 4.4. Hasil Optimum % Degradasi Komposit TiO ₂ -Karbon Aktif.	33
Gambar 4.5. Hasil Morfologi	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Skema Penelitian.	41
Lampiran 1. Skema Kerja.	42-43
Lampiran 2. Kurva Standar Rhodamin B.....	44-45
Lampiran 3. Penentuan % Degradasi Komposit TiO ₂ -Karbon Aktif	44-50
Lampiran 4. Preparasi Sampel.....	41
Lampiran 5. Pembuatan Karbon Aktif.....	52
Lampiran 6. Proses Aktivasi.....	53
Lampiran 7. Uji Kadar Air dan Kadar Abu.....	54
Lampiran 8. Komposit TiO ₂ -Karbon Aktif.....	55
Lampiran 9. Pembuatan Larutan Rhodamin B.....	56
Lampiran 10. Proses Degradasi Rhodamin B.....	57
Lampiran 11. Analisis Spektrofotometer UV-Vis.....	58
Lampiran 12. Analisis Morfologi SEM.....	59

ABSTRAK

Nama : Arni Sofianingsi Zaida
Nim : 60500114016
Judul Skripsi: Penentuan Massa dan Waktu Kontak Optimum Komposit TiO₂-Karbon Aktif dalam Mendegradasi Zat Warna Rhodamin B

Fotokatalisis merupakan proses penyerapan zat warna dengan mekanisme perubahan cahaya menjadi energi kimia yang menghasilkan radikal hidroksil. Proses fotokatalisis dapat dilakukan dengan menggunakan TiO₂ yang bersifat semikonduktor. Penelitian ini tentang penentuan massa dan waktu kontak optimum komposit TiO₂-karbon aktif dalam mendegradasi zat warna Rhodamin B yang bertujuan untuk mengetahui morfologi komposit optimum, menentukan massa dan waktu kontak optimum komposit TiO₂-karbon aktif. Penentuan degradasi optimum Komposit TiO₂-karbon aktif terhadap Rhodamin B dapat dilakukan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dan dilakukan karakterisasi morfologi hasil degradasi optimum menggunakan SEM (*Scanning Elektron Mikroskopy*). Hasil optimum degradasi zat warna Rhodamin B terjadi pada perbandingan massa (2:0) yaitu TiO₂ tanpa penambahan karbon aktif dengan hasil degradasi sebesar 85,17% dan waktu degradasi optimum selama 180 menit. Hasil morfologi menunjukkan bahwa TiO₂ yang telah dikontakkan dengan zat warna memiliki bentuk yang tidak beraturan dan zat warna menempel pada permukaan TiO₂.

Kata Kunci: Fotokatalisis, TiO₂, Komposit TiO₂-Karbon Aktif, Degradasi, Rhodamin B.

ABSTRACT

Name : Arni Sofianingsi Zaida
NIM : 60500114016
Title Of Thesis : **Determination of Mass and The Time of Optimum Contact of TiO₂-Active Carbon Composites in Degradation of Rhodamin B**

Photocatalysis is the process of absorbing dyes by the mechanism of changing light into chemical energy that produces hydroxyl radicals. The photocatalysis process can be carried out using semiconductor TiO₂. This research is about determining the optimum mass and contact time of TiO₂-activated carbon composites in degrading Rhodamine B dyes which aims to determine the optimum composite morphology, determining the optimum mass and contact time of TiO₂-activated carbon composites. Determination of the optimum degradation of TiO₂-activated carbon composite to Rhodamine B can be done using UV-Vis Spectrophotometer and optimum morphological characterization results using SEM (Scanning Electron Microscopy). The optimum result of degradation of Rhodamine B occurred in mass ratio (2: 0), namely TiO₂ without the addition of activated carbon with% degradation of 85.17% and optimum degradation time for 180 minutes. Morphological results indicate that TiO₂ which has been contacted with dyes has irregular shapes and dyes attached to the surface of TiO₂.

Keywords : Photocatalysis, Titanium Dioksida (TiO₂), TiO₂-Active Carbon Composite, Degradation, Rhodamin B.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rhodamin B merupakan zat warna berfungsi sebagai pewarna pakaian. Namun, telah banyak digunakan sebagai pewarna makanan dan minuman. Bahkan digunakan pula pada produk kosmetik. Rhodamin B banyak digunakan pada makanan dan minuman karena dapat memberikan warna yang menarik dan terang pada produk serta harganya yang terjangkau. Penggunaan Rhodamin B pada makanan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi dan kanker serta dalam konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan gangguan hati, sehingga zat warna Rhodamin B tidak layak dikonsumsi bagi tubuh karena bersifat racun. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengurangi kandungan zat warna adalah fotokatalisis.

Fotokatalisis digunakan dalam proses penyerapan zat warna dengan mekanisme perubahan cahaya menjadi energi kimia yang menghasilkan radikal hidroksil yang kemudian bereaksi dengan senyawa organik (polutan) yang dapat menjernihkan zat warna, limbah atau suatu perairan karena proses ini terjadi perubahan polutan menjadi CO₂ dan H₂O sehingga menjadi lebih ramah lingkungan (Aji, dkk., 2016; Suahya, dkk., 2016: 2). Material unggul yang dapat dimanfaatkan sebagai fotokatalisis salah satunya yaitu fotokatalisis yang bersifat semikonduktor seperti titanium dioksida (TiO₂).

TiO₂ merupakan material semikonduktor yang lebih unggul dari semikonduktor lainnya dan ketersediaannya yang melimpah. TiO₂ memiliki berbagai keunggulan yaitu bersifat inert, tidak beracun, memiliki aktifitas fotokatalis yang baik, tahan terhadap temperatur tinggi, harganya murah, melimpah, tidak larut dalam

air, luas permukaan lebar dan stabilitas kimia yang tinggi (Wardhani, dkk., 2016: 79).

Fotokatalisis TiO_2 memiliki aktivitas yang sangat tinggi sehingga tidak dapat diimbangi dalam mengadsorpsi senyawa target, oleh sebab itu proses degradasi tidak berjalan dengan sempurna karena peluang kontak TiO_2 yang kurang maksimal, sehingga TiO_2 harus dikompositkan dengan material pendukung untuk mengurangi kekurangannya dalam proses fotokatalisis. Penggabungan TiO_2 dengan material lain bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat mekaniknya dan mempermudah dalam pembentukannya (Aji, dkk., 2016: 115). Material yang baik digunakan dalam pembuatan komposit dengan TiO_2 yaitu material yang memiliki sifat adsorben seperti karbon aktif, karena memiliki keuntungan yaitu tidak beracun, mudah didapat, ekonomis, praktis, meningkatkan konsentrasi senyawa yang akan didegradasi, dapat meningkatkan laju reaksi, dapat meningkatkan adsorpsi katalis serta dapat mendispersikan TiO_2 sehingga permukaannya menjadi lebih besar dan proses fotokatalisis menjadi lebih aktif (Poluakan, dkk., 2015: 138).

Menurut Patiung, dkk., (2014: 141), penggunaan karbon aktif cangkang pala- TiO_2 untuk fotodegradasi zat warna *metanil yellow* menunjukkan *metanil yellow* mengalami fotodegradasi pada konsentrasi awal 6 sampai 10 ppm dan lama waktu penyinaran memperbesar jumlah fotodegradasi. Penelitian lainnya yaitu, komposit kaolin- TiO_2 sebagai fotokatalis untuk degradasi zat warna Rhodamin B (Sunardi, 2012: 118), yang menunjukkan fotodegradasi komposit TiO_2 -kaolin baik dalam mendegradasi zat warna dengan fotodegradasi optimum dicapai pada waktu 60 menit dengan berat katalis 150 mg. Menurut Rahmalia, dkk., (2015: 9), tandan kosong kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif untuk adsorpsi logam perak, menunjukkan adsorpsi Ag (I) sebesar $2,8583 \times 10^{-4}$ mol/g.

Karbon aktif mampu digunakan sebagai adsorben karena memiliki luas permukaan berkisar antara 300-3500 m²/gram dengan struktur pori yang internal sehingga memiliki daya serap yang sangat besar yaitu 25-1000% terhadap berat karbon aktif (Kurniawan, dkk., 2014). Karbon aktif dalam modifikasi fotokatalisis dapat mempercepat aktivitas fotokatalisis karena polutan lebih mudah dikontakkan sehingga lebih cepat untuk didegradasi (Riyani, dkk., 2008: 40). Hal ini disebabkan karena karbon aktif dapat mengakumulasi senyawa organik dan nonpolar dalam bentuk gas maupun cairan (Slamet dan Indragini, 2014: 32). Salah satu material alam yang dapat dijadikan sebagai karbon aktif adalah tandan kosong kelapa sawit.

Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah padat yang berasal dari pengolahan industri kelapa sawit. Limbah ini akan mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh bau busuk sehingga menjadi tempat bersarangnya berbagai serangga seperti lalat. Menurut Khaldun dan Haji (2010: 548), TKKS mengandung hemiselulosa (pentosan) 24%, selulosa (heksosan) 40%, lignin 21%, zat ekstraktif 3,68% dan abu sebesar 3,92%. Berdasarkan hal ini maka tandan kosong kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan baku karbon aktif. Walaupun pemanfaatan dari limbah kelapa sawit belum dimanfaatkan secara sempurna. Menurut Rahmalia, dkk., (2015: 2), lignoselulosa yang terkandung didalam tandan kosong kelapa sawit dapat menyerap logam berat karena memiliki gugus fungsi aktif yaitu -OH dan -COOH. Sehingga kandungan lignoselulosa yang tinggi memungkinkan untuk dipreparasi menjadi karbon aktif. Pemanfaatan pohon yang baik seperti kelapa sawit yang memiliki banyak manfaat telah dijelaskan dalam (QS. Ibrahim: 14/24-26):

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulangi) ke langit, (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhan-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun”.

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana Allah swt telah membuat perumpamaan-perumpamaan kalimat yang baik dengan menyatakan: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh menghujam ke bawah sehingga tidak dapat dirobohkan oleh angin dan cabangnya tinggi menjulang ke langit. Ia memberikan buahnya pada setiap musim yakni musim dengan seizin Tuhannya sehingga tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalangi pertumbuhan dan hasilnya yang memuaskan. Setelah memberikan perumpamaan kalimat yang baik, dilanjutkan dengan memberikan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Ayat diatas menjelaskan tentang perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik, beberapa ulama mengatakan bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon yang baik seperti pohon kurma dan ada juga yang berpendapat bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kelapa (Shihab, 2002: 52-53). Berdasarkan ayat ini, pohon kelapa sawit diumpamakan seperti ayat tersebut karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama seperti pohon kurma dan pohon kelapa.

Pemanfaatan dari komposit TiO₂ dan karbon aktif dari tandan kosong kelapa sawit sebagai fotodegradasi masih butuh pengembangan sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui morfologi hasil sintesis komposit TiO₂-karbon aktif, menentukan konsentrasi optimum dan waktu kontak optimum komposit TiO₂-karbon aktif dalam penurunan zat warna Rhodamin B.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana morfologi hasil sintesis komposit TiO₂-karbon aktif optimum?
2. Berapa massa optimum komposit TiO₂-karbon aktif dalam penurunan zat warna Rhodamin B?
3. Berapa waktu kontak optimum komposit TiO₂-karbon aktif dalam penurunan zat warna Rhodamin B?


C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui morfologi hasil sintesis komposit TiO₂-karbon aktif optimum.
2. Untuk menentukan massa optimum komposit TiO₂-karbon aktif dalam penurunan zat warna Rhodamin B.
3. Untuk menentukan waktu kontak optimum optimum komposit TiO₂-karbon aktif dalam penurunan zat warna Rhodamin B.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang sintesis komposit TiO₂-karbon aktif dan pengaplikasiannya terhadap zat warna Rhodamin B.
2. Untuk pengembangan penelitian komposit TiO₂-karbon aktif dalam mendegradasi zat warna Rhodamin B.

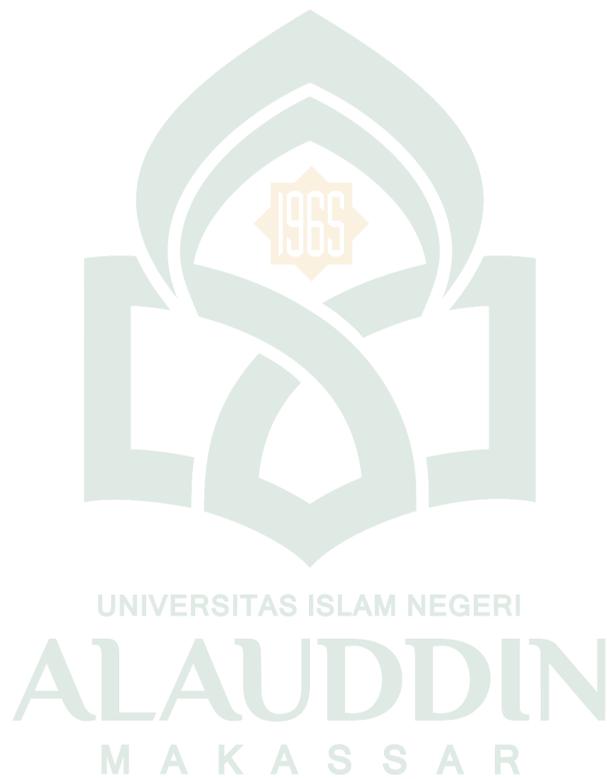

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fotokatalisis

Proses fotokatalisis dilakukan dengan kombinasi antara fotokimia dan katalis, dimana proses sintesisnya atau transformasi terjadi secara kimiawi menggunakan cahaya dan katalis yang berfungsi untuk mempercepat proses transformasi. Katalis yang digunakan dalam proses ini disebut sebagai fotokatalis karena mampu mengadsorpsi energi foton (Naimah, dkk., 2015: 124). Transformasi terjadi pada katalis semikonduktor yang melibatkan cahaya dari foton dengan energi tertentu, dengan kata lain proses dari fotokatalisis digunakan untuk menguraikan senyawa yang berasal dari bantuan cahaya yang disebut dengan fotodegradasi (Aliyah dan Karlina, 2015: 187).

Fotokatalisis yang bersifat semikonduktor dapat dilakukan dengan proses fotodegradasi. Prinsip dari fotodegradasi yaitu ketika semikonduktor terekena oleh cahaya, maka elektron (e^-) mengalami loncatan dari pita valensi ke pita konduksi sehingga menghasilkan *hole* atau lubang elektron (h^+). Cahaya UV akan mengaktifkan semikonduktor dengan bantuan energi yang dibutuhkan oleh suatu elektron untuk mengalami loncatan (terekstisasi) dari pita valensi ke pita konduksi. Hole (h^+) yang terbentuk akan bereaksi dengan H_2O sehingga menghasilkan radikal hidroksil ($\cdot OH$), sedangkan elektron bereaksi dengan oksigen membentuk radikal anion superoksida ($\cdot O_2$) sehingga radikal tersebut memiliki sifat yang sangat reaktif untuk bekerjasama mengoksidasi senyawa organik menjadi senyawa yang lebih ramah lingkungan (Wardhani, dkk., 2016: 82).

Proses fotokatalisis yang menggunakan sifat semikonduktor adalah salah satu proses fotokatalisis heterogen. Fotokatalisis heterogen merupakan proses

fotokatalisis yang terjadi antara satu atau lebih tahapan reaksi yang berlangsung karena kehadiran pasangan elektron yang dihasilkan dari permukaan bahan semikonduktor pada saat diiluminasi oleh cahaya yang sesuai. Proses fotokatalisis heterogen memiliki katalis padat yang tidak berada pada satu fasa dengan medium cair. Konsep degradasi dari fotokatalisis heterogen cukup sederhana yaitu irradiasi dari padatan semikonduktor yang bersifat stabil akan menstimulasi reaksi antar fasa permukaan padat atau larutan, sehingga zat padatnya tidak mengalami perubahan dan akan diambil kembali setelah siklus reaksi redoks terjadi beberapa kali. Material fotokatalisis pada proses heterogen yang bersifat semikonduktor salah satunya adalah titanium dioksida (TiO_2) (Amri, 2016: 15).

B. Titanium Dioksida (TiO_2)

Titanium dioksida atau yang dikenal dengan istilah titania merupakan oksidasi dari titanium. TiO_2 salah satu material dioksida yang berwarna putih serta tahan terhadap karat, tidak beracun dan salah satu katalis yang stabil, sehingga paling sering digunakan dalam perbandingan dengan katalis lainnya. TiO_2 memiliki sifat yang mudah menyebar (terdispersi) pada bagian seluruh larutan sehingga kontak antara TiO_2 dengan larutan tidak terjadi secara optimal (Tussa'adah dan Astuti, 2015: 91). TiO_2 biasa ditemukan dalam bentuk powder maupun lapisan film tipis dengan berat molekul 79,90 g/mol dengan kadar Ti 59,95% dan kadar O 40,05%. TiO_2 tidak larut dalam HCl, HNO_3 dan H_2SO_4 encer akan tetapi larut dalam H_2SO_4 pekat (Bhernama, 2015: 118).

TiO_2 memiliki beberapa kegunaan yaitu sebagai bahan pewarna putih jika ditambahkan dengan BaSO_4 atau yang disebut sebagai *titan white*, sebagai pelapis agar suatu bahan tidak mudah teroksidasi, bahan pelapis kertas agar tidak berlemak,

sebagai bahan interior rumah, untuk lampu elektroda dan sebagai fotokatalisis (Chandra, 2012: 10).

Menurut Basuki (2007: 50), titanium oksida memiliki sifat fisik dan mekanik dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Sifat Fisik dan Mekanik Titanium Oksida (TiO₂)

Karakteristik	Nilai
Densitas	4 gcm ⁻³
Porositas	0%
Modulus rekah	140 MPa
Kekuatan kemampatan	680 MPa
Ratio poisson's	0,27
Modulus elastisitas	230 Gpa
Resestivitas (25°C)	10 ¹² ohm.cm
Resestivitas (700°C)	2,5x10 ⁴ ohm.cm
Konstanta dielektrik (1 MHz)	85
Kekuatan dielektrik	4 kV mm ⁻¹
Ekspansi termal (RT-1000°C)	98x10 ⁻⁶ 11,7 WmK ⁻¹
Konduktivitas termal (25°C)	1830-1850 °C
Titik lebur	2500-3000 °C
Titik didih	

TiO₂ terdiri dari tiga jenis kristal diantaranya yaitu rutil, anatase dan brookite. Jenis kristal dari ketiganya dapat diaplikasikan menjadi cat, sunscreen serta sebagai pewarna makanan. Ketiga struktur dari TiO₂ tersebut umumnya berada pada bentuk rutil dan anatase yang memiliki struktur tetragonal dimana secara termodinamika anatase bersifat lebih stabil daripada rutil. Titanium yang memiliki bentuk anatase paling sering digunakan sebagai fotokatalisis UV karena bentuknya yang paling baik dan dapat menyerap sinar UV yang kelimpahannya sedikit di alam (Sucahya, dkk.,

2016: 2). TiO_2 pada bentuk kristal anatase dan rutil dapat menghasilkan oksidator pada permukaannya jika terkena oleh sinar UV dengan $\lambda < 385$ nm untuk anatase dan $\lambda = 405$ nm untuk rutil (Fatimah dan Wijaya, 2005: 258-259). Bentuk dari kristal anatase TiO_2 terjadi pada pemanasan dengan suhu 120 °C dan mencapai sempurna pada 500 °C. Sedangkan untuk pembentukan kristal rutil terjadi pada suhu 700 °C (Sudirman: 2015: 348).

C. Karbon Aktif

Karbon aktif dalam industri sangat dibutuhkan baik industri kecil maupun besar karena sifatnya yang mampu mengadsorpsi bau, warna, gas dan logam sehingga pemanfaatannya meningkat. Industri di Indonesia masih sering menggunakan karbon aktif yang relatif tinggi, akan tetapi kebutuhan karbon aktif masih diimpor sedangkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga kebutuhan karbon aktif dapat terpenuhi dari hasil produksi dalam negeri (Ramdja, dkk., 2008: 2).

Karbon aktif memiliki struktur amorphous atau mikrokristalin dengan struktur yang sebagian besar terdiri dari karbon bebas dan memiliki luas permukaan antara 300 - 2000 m^2/gr (Ramdja, dkk., 2008: 2). Karbon aktif merupakan arang yang telah melalui proses pengaktifan secara kimia maupun fisika untuk menghasilkan arang dengan pori-pori yang lebih terbuka. Karbon aktif memiliki permukaan yang berongga dan luas sehingga dapat menyerap gas, zat lain dalam suatu larutan dan udara (Basuki, 2007: 48).

Mutu pada permukaan karbon aktif yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh bahan baku, bahan pengaktif, suhu dan cara pengaktifannya. Proses pembuatan karbon aktif dapat dilakukan secara fisik, kimia dan fisik-kimia. Pengaktifan secara fisik dilakukan dengan karbonisasi, sedangkan aktivasi yang dilakukan secara kimia

dilakukan dengan cara menambahkan larutan tertentu pada arang (Meistrilestari, dkk., 2013: 47).

Menurut Ramdja, dkk (2008: 2) secara umum proses pembuatan karbon aktif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Proses dehidrasi

Proses dehidrasi adalah salah satu proses pemanasan yang dilakukan untuk menghilangkan kadar air yang terdapat pada bahan baku sampai temperatur 700°C .

2. Proses karbonisasi

Proses ini akan menyebabkan terjadinya penguraian terhadap bahan-bahan organik yang kemudian akan membentuk metanol, tar, uap asam asetat dan hidrokarbon pada temperatur 275°C . Temperatur diatas 170°C akan menghasilkan CO dan asam asetat. Karbon aktif mengalami pembentukan pada suhu 300°C sampai 900°C yang disesuaikan dengan kekerasan bahan baku yang akan digunakan. Proses karbonisasi akan menghasilkan karbon dalam bentuk arang dengan permukaan yang sempit.

Menurut Adinata (2013: 8), proses karbonisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Waktu karbonisasi. Semakin lama proses pemanasan maka reaksi pirolisis akan semakin sempurna yang akan menyebabkan hasil arang semakin turun dan cairan dangas meningkat.
- b) Suhu pemanasan. Semakin tinggi suhu yang digunakan maka arang yang dihasilkan akan semakin menurun, sedangkan gas yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya zat-zat yang mengalami penguraian dan penguapan.

- c) Kadar air. Bahan yang memiliki kadar air tinggi mengalami pembakaran yang kurang baik.
- d) Ukuran bahan. Semakin kecil ukuran suatu bahan maka proses karbonisasi juga semakin cepat, sehingga proses karbonisasi berjalan sempurna.

3. Proses aktivasi

Proses aktivasi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembuatan karbon aktif. Proses aktivasi dilakukan untuk menghilangkan kandungan hidrokarbon yang terdapat pada permukaan arang sehingga mampu meningkatkan porositas arang. Proses aktivasi merupakan proses yang dilakukan untuk memecah ikatan hidrokarbon sehingga arang yang terbentuk mengalami perubahan sifat secara fisik maupun kimia, sehingga terjadinya perbesaran pori karena luas permukaannya bertambah besar sehingga akan mempengaruhi daya adsorpsi.

Proses pengaktifan karbon dapat dilakukan secara fisik, kimia dan fisik-kimia. Aktivasi secara fisik dilakukan dengan proses karbonisasi, sedangkan aktivasi yang dilakukan secara kimia melalui proses penambahan larutan tertentu pada arang. Larutan yang dapat digunakan sebagai bahan pengaktif adalah KCl, NaCl, ZnCl₂, CaCl₂, MgCl₂, H₃PO₄, Na₂CO₃, HCl dan garam-garam mineral lainnya (Meistrilestari, dkk., 2013: 47). Aktivasi dari karbon aktif menggunakan suhu yang panas bertujuan untuk menciptakan serta memperluas permukaan pori pada karbon. Kenaikan suhu dari 750-800 °C dapat meningkatkan volume mikropori dari arang, sedangkan pada batas peningkatan suhu yang dilakukan secara tertentu akan mengakibatkan penurunan volume mikroporinya (Yuningsih, dkk., 2016: 31).

Menurut Ramdja, dkk (2008: 2), karbon aktif memiliki standar mutu berdasarkan Standar Industri Indonesia (SII No. 0258-88) dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Standar Mutu Karbon Aktif (SII No. 0258-88)

Jenis uji	Persyaratan	
	Butiran	Padatan
Bagian yang hilang pada pemanasan 950°C	Max. 15%	Max. 25%
Kadar air	Max. 4,4%	Max. 15%
Kadar abu	Max. 2,5%	Max. 10%
Fixed karbon (%)	Min. 80%	Min. 65%
Daya serap terhadap I ₂	Min. 750 mg/g	Min. 750 mg/g
Daya serap terhadap Metilen Blue	Min. 60 ml/g	Min. 120 ml/g

Menurut Basuki (2007: 49), karbon aktif dapat digunakan sebagai adsorben karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai daya adsorpsi yang selektif.
2. Berpori sehingga memiliki luas permukaan persatuan massa yang besar.
3. Mempunyai daya ikat yang kuat terhadap zat yang akan dipisahkan secara fisik maupun kimiawi.

Menurut Adinata (2013: 6), daya serap karbon aktif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Sifat fisika dan kimia karbon yaitu luas permukaan dan ukurannya.
2. Sifat fisika dan kimia adsorbant yaitu ukuran molekul dan susunan komposisi kimia.
3. Konsentrasi adsorbant yang terdapat dalam fase liquid.
4. Sifat karakteristik keadaan liquid yaitu pH dan temperatur.
5. Waktu tinggal.

Karbon aktif secara umum dibedakan menjadi dua jenis yaitu karbon aktif fasa cair dan fasa gas. Karbon aktif pada fasa cair dapat dihasilkan dari material yang

memiliki berat jenis yang rendah seperti dari arang bambu kuning yang memiliki bentuk butiran (*powder*), rapuh (mudah hancur), mempunyai kadar abu yang tinggi berupa silika dan biasanya digunakan sebagai penghilang bau, warna, rasa dan kontaminan organik lainnya. Sedangkan pada fasa gas dapat dihasilkan dari material yang memiliki berat jenis yang tinggi (Ramdja, dkk., 2008: 2). Material yang baik digunakan dalam proses pembuatan karbon aktif adalah tandan kosong kelapa sawit.

D. Tandan Kosong Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan hasil pertanian yang diperdagangkan oleh industri baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia salah satu negara yang memiliki penghasilan kelapa sawit terbesar di dunia, dimana perkebunan kelapa sawit terdapat di daerah Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung, Jawa barat dan papua dengan penghasil terbesar terdapat di Kalimantan. Secara nasional perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Indonesia pada tahun 2008 memiliki luas 7.099.388 ha dengan produksi 19,2 ton. Produk utama dari pohon kelapa sawit yaitu tandan buahnya yang dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak yang berasal dari daging buah dan kemel (inti kelapa sawit). Setelah dilakukan proses pengolahan tersebut maka akan menyisakan tandan kosong kelapa sawit yang terkadang tidak diolah lagi oleh industri kelapa sawit tersebut. Pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dan proses penciptaannya telah dijelaskan dalam (QS. Al-An'am/6: 99).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. (Kementrian Agama RI,2016)

Allah Subhanahu Wata'ala menjelaskan bahwa Dialah yang telah menurunkan air dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, kemudian Allah menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan tentang kekuasaannya yang ditegaskan bahwa Dialah yang telah mengeluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang bertumpuk lagi banyak, padahal sebelumnya hanya satu biji atau benih. Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menjelaskan tentang proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase kematangan. Pada fase kematangan itu, suatu buah mengandung beberapa komposisi zat kimia dan terbentuk karena adanya bantuan cahaya matahari (Shihab, 2002: 209-210).

Tandan kosong kelapa sawit (gambar 2.1) merupakan limbah yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit. Persentase dari limbah TKKS adalah 23% berasal dari tandan buah segar, sedangkan untuk persentase dari serat dan cangkang biji yaitu 13% dan 5,5% yang berasal dari tandan buah segar. Limbah dari tandan kosong kelapa sawit mengandung komponen utama yaitu selulosa dan lignin sehingga disebut sebagai limbah lignoselulosa (Faudi dan Pranoto, 2016: 2). Bentuk dari TKKS dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Tandan Kosong Kelapa Sawit.

Menurut Gaol, dkk., (2013: 34), tandan kosong kelapa sawit memiliki beberapa komponen kimia seperti yang terdapat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Komponen Kimia Tandan Kosong Kelapa Sawit

No.	Komposisi kimia	Komposisi (%)
1.	Lignin	22,6
2.	Pentosa	25,90
3.	α -selulosa	45,80
4.	Haloselulosa	71,88
5.	Abu	1,6
6.	Pektin	12,85
7.	Kelarutan dalam:	
	1% NaOH	19,50
	Air dingin	13,89
	Air panas	2,50
	Alkohol-benzen	4,20

E. Komposit TiO_2 -Karbon Aktif

Komposit adalah penggabungan antara dua material atau lebih untuk menghasilkan material yang baru. Komposit umumnya terdiri dari dua fasa yaitu matrik dan *filter*. Matrik merupakan bagian dari komposit yang memiliki bagian atau volume terbesar (dominan) yang berfungsi untuk mentransfer tegangan ke serat, melindungi dan memisahkan serat, membentuk dan melepaskan ikatan serta tetap stabil setelah dilakukan proses manufaktur. Berdasarkan kualitas dari ikatan antara matriks dan filter dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ukuran partikel, fraksi volume material, rapat jenis bahan yang digunakan, bentuk partikel, komposisi material, kecepatan dan waktu pencampuran, penekanan (kompaksi) dan pemanasan (Mahnusah,2015: 10).

Komposit dari TiO₂-karbon aktif memiliki sifat gabungan dari sifat fisis maupun kimia yang berasal dari nanopartikel TiO₂ dan karbon. Komposit ini terjadi ikatan antara nanopartikel TiO₂ dan karbon aktif terhadap ikatan antar muka dan tidak bersenyawa (Fitriana, 2014: 12). Komposit TiO₂ dan karbon aktif dilakukan sebagai metode penyerapan karena pemanfaatannya yang dapat meningkatkan aktivitas dari fotokatalisis (Fatmawati, dkk., 2017: 2). Kombinasi antara proses adsorben dan fotokatalisis terbukti dapat mendegradasi berbagai senyawa organik dari komponen tunggal dan biner contohnya terhadap propizamida, toluena, aseton, *metal orange*, fenol dan lainnya (Slamet dan Ibadurrohman, 2009: 2). Pemanfaatan dari dua material yang memiliki sifat yang berbeda seperti TiO₂ dan karbon aktif menjadi suatu komposit yang dapat digunakan dalam proses penyerapan zat warna seperti Rhodamin B.

F. Zat warna Rhodamin B

Rhodamin B disebut sebagai pewarna azo yang penggunaannya sering digunakan sebagai salah satu pewarna tekstil. Rumus molekul dari senyawa ini yaitu C₂₈H₃₁N₂O₃Cl dan berat molekulnya yaitu 479,02 gr/mol. Analisis yang telah dilakukan menggunakan metode destruksi dan spektrofotometri menunjukkan bahwa Rhodamin B bersifat racun tidak hanya dipengaruhi oleh senyawa organiknya melainkan juga dipengaruhi oleh kontaminansi dari senyawa anorganik yang lain terutama timbal dan arsen (Farha dan Kusumawati, 2012: 69).

Rhodamin B salah satu jenis zat warna tekstil yang bersifat reaktif, stabil dan terdekomposisi menjadi senyawa yang lebih berbahaya. Rhodamin B dibuat dari bahan meta-dietilamina fenol dan ftalik anhidrid yang bersifat toksik bagi manusia. Zat warna Rhodamin B sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sehingga menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 239/Menkes/Per/V/1985 dan direvisi melalui

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang zat warna yang dinyatakan berbahaya dan penggunaannya dilarang di Indonesia. Rhodamin B jika dikonsumsi dapat mengakibatkan pusing, mual dan diare. Jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kanker hati karena zat warna yang masuk kedalam tubuh akan terakumulasi di dalam hati. Rhodamin B apabila masuk ke dalam tubuh sebanyak 500 mg/kg berat badan maka akan bersifat akut dalam tubuh manusia (Wardanita, dkk., 2013: 210).

Rhodamin B sangat berbahaya bagi tubuh karena salah satu senyawa radikal. Senyawa radikal merupakan senyawa yang tidak stabil dan didalam struktur Rhodamin B mengandung klorin (senyawa halogen), dimana senyawa tersebut memiliki reaktivitas yang tinggi sehingga senyawa tersebut merupakan senyawa radikal yang kemudian berusaha untuk mencapai kestabilan di dalam tubuh dengan cara berikatan dengan senyawa-senyawa lain yang ada di dalam tubuh yang nantinya akan memicu timbulnya kanker pada manusia. Analisis penyerapan zat warna yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan alat instrumen spektrofotometer UV-Vis (Chandra, 2012: 11).

G. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan teknik yang digunakan untuk analisis fisiko-kimia dalam mengamati terjadinya interaksi suatu atom atau molekul yang berasal dari zat kimia pada radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dan dilakukan menggunakan spektrofotometer (Roosita, 2007: 11). Hasil dari pengukuran yang menggunakan UV-Vis yaitu hubungan panjang gelombang dengan transmisi spektrum adsorben sehingga digunakan dalam pengukuran celah pita (Amri, 2016: 25). Spektrofotometer UV-Vis dapat dilihat pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1 Spektrofotometer UV-Vis

Prinsip dasar dari spektrofotometer UV-Vis adalah jika suatu material disinari oleh gelombang elektromagnetik maka elektron yang terdapat di dalam material tersebut akan menyerap cahaya sehingga menyebabkan elektron tersebut akan meloncat ke tingkat yang lebih tinggi. Elektron tidak dapat meloncat dari pita valensi jika energi cahaya yang diberikan tidak lebih besar dari lebar celah pita. Jika energi cahaya yang diberikan lebih besar maka elektron dapat meloncat ke pita yang konduksi (Amri, 2016: 25-26).

Prinsip kerja dari Spektrofotometer UV-Vis yaitu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator kemudian didalam monokromator sinar yang masuk berasal dari cahaya diuraikan menjadi pita-pita panjang gelombang yang bertujuan untuk pengukuran zat warna yang diinginkan. Setelah itu, cahaya/energi diserap dan diteruskan oleh suatu larutan yang berada didalam wadah (kuvet). Kemudian jumlah dari cahaya yang diserap atau yang ditransmisikan oleh larutan akan menghasilkan signal elektrik pada detektor, dimana signal elektrik yang dihasilkan sebanding dengan cahaya yang diserap oleh larutan. Besarnya signal elektrik yang dihasilkan dan telah dialirkan ke pencatat dapat dilihat dalam bentuk angka (Triyati, 1985: 42).

Menurut Bhernama (2015: 120), metode dari spektrofotometri UV-Vis digunakan pada penentuan konsentrasi larutan, dimana absorpsi sinar yang berasal dari larutan merupakan fungsi dari konsentrasi. Spektrofotometer digunakan dalam mengukur energi jika energi tersebut ditransmisikan, diemisikan atau direfleksikan

sebagai fungsi gelombang. Pada kondisi optimum, dibuat hubungan linier antara absorbansi dengan konsentrasi larutan. Hubungan tersebut digambarkan dalam persamaan hukum Lambert-Beer, sebagai berikut:

$$A = a \cdot b \cdot c$$

Dimana: A = absorban

a = serapan spesifik ($\text{cm}^{-1}\text{M}^{-1}$)

b = tebal sel (cm)

c = konsentrasi (M)

H. Scanning Elektron Microscopy (SEM)


SEM dapat digunakan dalam menganalisis morfologi (permukaan) dan ukuran partikel. SEM merupakan alat instrument sebuah mikroskop yang didesain dalam menyelidiki suatu permukaan objek yang solid dengan cara langsung. Perbesaran SEM berkisar antara 10-3.000.000 kali, *depth of field* 4-4,0 mm dan resolusi sebesar serta kemampuan dalam mengetahui komposisi dan informasi kristalografi yang membuat alat ini banyak digunakan dalam keperluan penelitian dan industri (Amri, 2016: 24). SEM dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3 Scanning Electron Microscopy (SEM)

SEM memiliki prinsip kerja dengan cara menembakkan permukaan suatu benda pada berkas elektron yang berenergi tinggi. Permukaan benda yang telah ditembakkan oleh elektron akan memantulkannya kembali ke segala arah sehingga

menghasilkan elektron sekunder. Akan tetapi terdapat satu arah dimana berkas hanya dapat dipantulkan dengan menggunakan intensitas yang tinggi. SEM memiliki detektor yang dapat mendeteksi elektron tersebut dipantulkan dan dapat menentukan lokasi dari berkas yang dipantulkan dengan menggunakan intensitas yang tinggi. Arah tersebut yang memberikan informasi tentang profil permukaan suatu benda (Fitriana, 2014: 34).

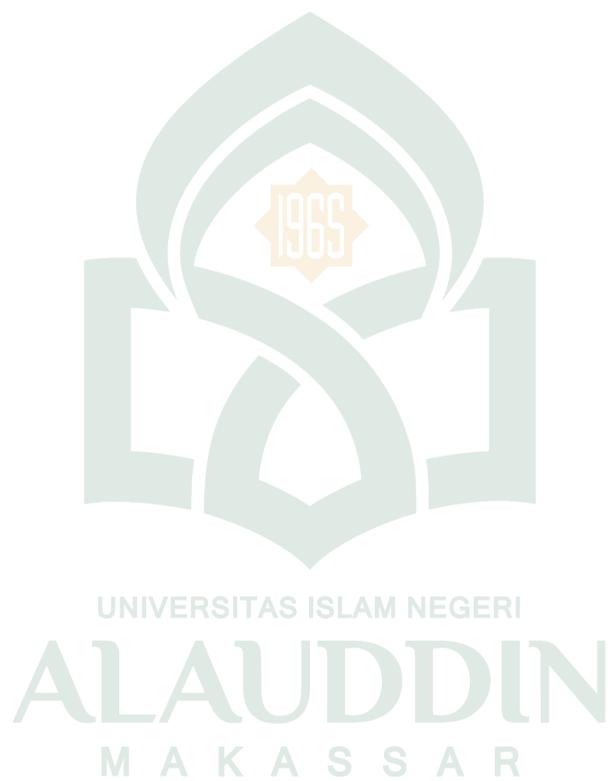

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Agustus 2018 di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Riset UIN Alauddin Makassar, Laboratorium SMK-SMAK Makassar dan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Jakarta Timur.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Scanning Elektron Mikroskopi* (SEM), Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu, tanur, *sieve shaker*, oven (*memmert*), shaker, neraca analitik, klin drum, lampu UV Osram HWL 160W 220-230V, gelas kimia, labu takar, pipet skala, pipet volume, corong, pipet tetes, batang pengaduk, bulb, botol semprot dan gunting.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquades (H_2O), aluminium foil, asam klorida (HCl) 1 M, karbon aktif, kertas saring Wathman no. 42, kertas lakmus, tandan kosong kelapa sawit, titanium dioksida (TiO_2), Rhodamin B dan tisu.

C. Prosedur kerja

1. Preparasi Sampel

Sampel tandan kosong kelapa sawit diambil dari hasil panen buah kelapa sawit, kemudian tandan dipotong kecil-kecil. Setelah itu, dikeringkan dibawah sinar matahari hingga benar-benar kering.

2. Pembuatan Karbon Aktif

Pembuatan karbon aktif dilakukan dengan cara sampel yang telah dikeringkan dikarbonisasi dengan menggunakan *klin drum*. Kemudian arang yang telah dihasilkan dihaluskan dengan menggunakan lumpang dan mortal. Setelah itu, dioven selama 10 menit dengan suhu 105 °C kemudian diayak menggunakan sieve shaker dengan ukuran ayakan 100 mesh. Sampel yang telah diayak kemudian dipanaskan pada suhu 105 °C selama 1 jam. Sampel kemudian diaktivasi dengan menggunakan asam klorida (HCl) 1 M selama 24 jam. Kemudian dinetralkan dengan aquades sampai pH 7. Sampel yang telah netral dipanaskan kembali pada suhu 105 °C di dalam oven (Rahmalia, 2015: 3-4).

3. Uji Kadar Air

Uji kadar air dilakukan terlebih dahulu dengan cawan kosong dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C selama 30 menit, kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang (W_0). Karbon aktif sebanyak 1 gram dimasukkan kedalam cawan yang telah diketahui bobotnya dan ditimbng (W_1), kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 105°C selama 3 jam. Setelah itu, sampel didinginkan dalam desikator kemudian sampel ditimbang hingga beratna konstan (W_2) dan ditentukan kadar airnya (%). Kandungan ai dihitung dengan rumus:

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{(W_1 - W_2)}{(W_1 - W_0)} \times 100\%$$

Dimana:

W_0 = berat cawan kosong

W_1 = berat cawan+sampel awal (sebelum pemanasan dalam oven)

W_2 = berat cawan+sampel awal (setelah pendinginan dalam desikator)

4. Uji Kadar Abu

Prosedur penetapan kadar abu mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995 tentang syarat mutu dan pengujian arang aktif. Cawan porselin yang berisi 1 gram karbon aktif dimasukkan kedalam tanur listrik dan perlahan-lahan dipanaskan dari suhu 600°C selama 6 jam. Selanjutnya didinginkan dalam desikator sampai beratnya konstan, kemudian dihitung bobotnya. Kadar abu arang aktif dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat Abu (g)}}{\text{Berat Kering Sampel (g)}} \times 100\%$$

5. Sintesis Komposit Fotokatalisis TiO₂-Karbon Aktif

Sintesis komposit TiO₂ dilakukan dengan mengaktivasi terlebih dahulu TiO₂ dengan cara dipanaskan ke dalam oven pada suhu 200 °C selama 4 jam. Setelah itu, TiO₂ yang telah diaktivasi kemudian dicampur dengan karbon aktif perbandingan (w/w) 2:0, 2:0,2, 2:0,4, 2:0,6 dan 2:1. TiO₂ dan karbon aktif selanjutnya digerus sampai homogen kemudian komposit dipanaskan dengan suhu 105 °C selama 2 jam (Sudirman, 2015: 349).

6. Pembuatan larutan induk Rhodamin B 1000 ppm

Rhodamin B ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan dengan menggunakan water one ke dalam labu takar 1000 mL. Larutan induk Rhodamin B kemudian dihimpitkan sampai tanda batas dan dihomogenkan.

7. Pembuatan Larutan Baku 100 ppm

Rhodamin B 1000 ppm diencerkan menjadi 100 ppm. Larutan induk 1000 ppm kemudian dipipet sebanyak 10 mL kedalam labu takar 100 mL, selanjutnya dihimpitkan dan dihomogenkan.

8. Pembuatan Larutan Baku 25 ppm

Rhodamin B 100 ppm yang telah dibuat kemudian diencerkan menjadi 25 ppm. Rhodamin B kemudian dipipet sebanyak 62,5 mL ke dalam labu takar 250 mL, kemudian dihimpitkan dan dihomogenkan.

9. Pembuatan Larutan Standar Rhodamin B

Rhodamin B 25 ppm masing-masing dipipet ke dalam labu takar 50 mL sebanyak (2 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL dan 40 mL) kemudian dihimpitkan sampai tanda batas dan dihomogenkan. Selanjutnya dihasilkan larutan standar 1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm dan 20 ppm yang kemudian di analisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

10. Pembuatan Larutan Sampel Rhodamin B 25 ppm

Larutan induk Rhodamin B 1000 ppm dipipet sebanyak 25 mL kedalam labu takar 1000 mL. Selanjutnya larutan dihimpitkan sampai tanda batas dan dihomogenkan.

11. Fotodegradasi Rhodamin B Menggunakan Komposit Fotokatalisis TiO₂-Karbon Aktif

Uji fotodegradasi zat warna Rhodamin B dilakukan dengan perbandingan komposit TiO₂-karbon aktif dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL yang berisi 50 mL larutan Rhodamin B 25 ppm, kemudian diaduk dengan menggunakan *shaker* yang diradiasi dengan lampu UV ($\lambda=365$ nm) dengan lama pengadukan 60, 120 dan 180 menit. Perlakuan ini dilakukan dengan dua kali pengulangan (Sunardi, 2012: 121). Setelah itu, sisa larutan disaring dengan menggunakan kertas saring Wathman No. 42 kemudian filtrat yang tersisa diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis panjang gelombang maksimum 554 nm (Chandra, 2012). Selanjutnya dilakukan uji morfologi dengan menggunakan SEM.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kualitas Karbon Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit

Kualitas karbon aktif yang dihasilkan dari tandan kosong kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan hasil yang diperoleh kualitas tandan kosong kelapa sawit telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh SNI 06-3730-1995 yaitu kadar air maksimal 15% dan untuk kadar abu 10%.

Tabel 4.1 Kualitas Karbon Aktif Tandan Kosong Kelapa Sawit

Jenis Analisis	Parameter (serbuk)	Baku Mutu
Kadar air	6,9%	15%
Kadar abu	0,96%	10%


2. Penentuan Kurva Standar Rhodamin B

Larutan standar Rhodamin B yang dibuat dengan konsentrasi (1, 5, 10, 15 dan 20 ppm) diukur absorbansinya dengan menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 554 nm dapat dilihat pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Data Hasil Pengukuran Larutan Standar Rhodamin B

Konsentrasi Rhodamin B (ppm)	Absorbansi
1 ppm	0,023
5 ppm	0,420
10 ppm	0,888
15 ppm	1,374
20 ppm	1,822

Berdasarkan data absorbansi larutan standar Rhodamin B dihasilkan persamaan regresi pada kurva standar yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan Rhodamin B. Kurva standar yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah:

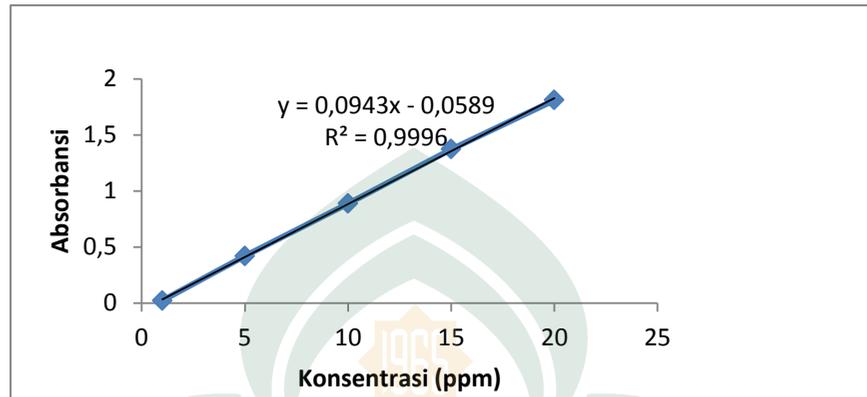

Gambar 4.1 kurva standar Rhodamin B

3. Fotodegradasi Rhodamin B dengan Komposit TiO_2 -Karbon Aktif


Hasil fotodegradasi zat warna Rhodamin B 25 ppm dengan komposit TiO_2 -karbon aktif untuk menentukan perbandingan massa TiO_2 -karbon aktif (2:0, 2:0.2, 2:0.4, 2,0.6 dan 2:1 gram) dan waktu kontak optimum dengan variasi pengadukan (60,120 dan 180 menit). Hasil degradasi Rhodamin B optimum terjadi pada perbandingan massa 2:0 gram dengan persentase degradasi 85,16% dengan waktu pengadukan selama 180 menit yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 %Degradasi Rhodamin B dengan komposit TiO_2 -Karbon aktif

Massa TiO_2 /Karbon Aktif (g)	Rhodamin B 25 ppm					
	60 menit	Degradasi (%)	120 menit	Degradasi (%)	180 menit	Degradasi (%)
2:0	14,80	40,8	10,38	58,48	3,71	85,16
2:0,2	18,65	25,4	13,21	47,16	4,96	80,16
2:0,4	15,73	37,08	12,06	51,76	8,71	65,16
2:0,6	13,21	47,16	9,60	61,6	5,91	76,36
2:1	6,43	74,28	5,91	76,36	5,22	79,12

4. Uji Morfologi %Degradasi Optimum

Analisis SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi dari hasil % degradasi optimum terhadap zat warna Rhodamin B yaitu TiO_2 . Hasil morfologi sampel ditunjukkan pada Gambar 4.2:

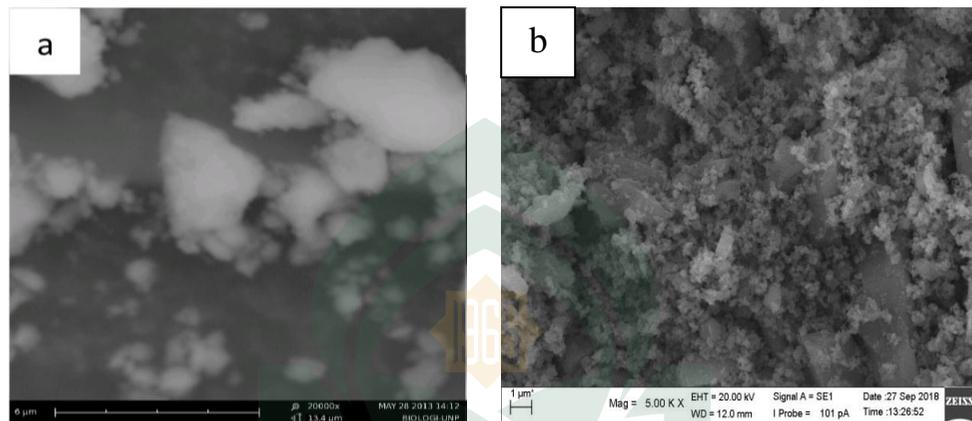

Gambar 4.2 Analisis morfologi SEM (a) TiO_2 murni (Upita, dkk., 2015: 37) perbesaran 20000x (b) TiO_2 setelah degradasi Rhodamin B dengan perbesaran 5.000x

Berdasarkan hasil morfologi dapat dilihat bahwa hasil optimum terdapat pada sampel TiO_2 yang dilakukan uji SEM dengan menggunakan perbesaran 5000x dan 20000x.

B. Pembahasan

1. Pembuatan Karbon Aktif

Tandan kosong kelapa sawit yang digunakan adalah tandan kosong kering yang telah melalui proses pengeringan dibawah sinar matahari selama kurang lebih 6 hari. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalam tandan kosong kelapa sawit. Preparasi selanjutnya adalah karbonisasi dan aktivasi. Proses karbonisasi dari tandan kosong kelapa sawit bertujuan untuk menguraikan bahan-bahan organik menjadi karbon dengan temperatur tinggi, sedangkan proses aktivasi bertujuan untuk memecah ikatan hidrokarbon sehingga arang yang terbentuk mengalami perubahan sifat secara fisik maupun kimia dengan terjadinya perbesaran

pori yang mengalami luas permukaan bertambah besar berkisar antara 300-2000 m²/g (Meistrilestari, dkk., 2013: 47).

Karbon yang telah dihasilkan dari proses karbonisasi dengan menggunakan klin drum kemudian dihaluskan dan diayak dengan menggunakan *sieve shaker* ukuran 100 mesh. Pengayakan ini bertujuan agar karbon memiliki ukuran yang homogen dan permukaan yang luas. Pengayakan dengan ukuran 100 mesh dilakukan karena ukuran partikel berbanding terbalik dengan ukuran mesh, semakin besar nilai mesh maka ukuran partikel semakin kecil yang berarti semakin luas permukaannya dan sebaliknya (Utami, dkk., 2017: 4). Ukuran partikel mempengaruhi luas permukaan karbon aktif. Semakin kecil ukuran partikel dari karbon dapat memperbesar luas permukaan sehingga karbon teraktivasi dan semakin banyak pori-pori terbentuk dari setiap partikel karbon (Herlin, dkk., 2013: 78). Karbon yang telah dihasilkan dari proses pengayakan kemudian panaskan kembali dengan menggunakan oven pada suhu 105°C yang bertujuan untuk membuka pori-pori karbon yang belum sepenuhnya terbentuk dari proses pemanasan dengan menggunakan klin drum sehingga menghasilkan karbon dengan luas permukaan yang tinggi.

Karbon yang telah dihasilkan dengan ukuran 100 mesh kemudian diaktivasi secara kimia. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor dan air yang terdapat di dalam pori-pori karbon serta membantu dekomposisi sehingga dapat memperbesar daya adsorpsi suatu karbon. Proses aktivasi secara kimia digunakan aktivator yang akan berfungsi untuk mengikat pengotor berupa tar sisa. Aktivator yang digunakan pada penelitian ini yaitu asam klorida (HCl) 1M yang kemudian digunakan untuk merendam karbon selama 24 jam. HCl digunakan sebagai aktivator karena lebih mudah dalam melarutkan zat-zat pengotor yang kemudian membentuk

garam-garam mineral anorganik sehingga pori-pori karbon lebih banyak terbentuk dari sebelumnya dan proses adsorbat semakin meningkat. Aswin (2011) dalam (Herlin, dkk., 2013: 79). Karbon kemudian dibilas dengan aquades hingga pH netral, selanjutnya dikeringkan dengan oven pada suhu 105°C.

2. Uji Kadar Air

Karbon aktif kemudian dilakukan pengujian terhadap kadar air dan kadar abunya. Penentuan kadar air bertujuan untuk mengetahui banyaknya air yang terkandung dalam karbon aktif tandan kosong kelapa sawit setelah dilakukan proses pengaktifan menggunakan zat aktivator. Kandungan kadar air yang terdapat pada karbon aktif dipengaruhi oleh ukuran karbon aktif, karena semakin kecil ukuran dari karbon aktif maka kadar air yang terkandung semakin rendah. Menurut Mu'jizah (2010) dalam Lasma, dkk., (2016: 53) karbon aktif yang memiliki kadar air yang rendah akan meningkatkan aktivitas adsorpsi karena semakin banyak adsorbat yang dapat menempati pori karbon aktif. Kadar air yang terkandung pada karbon aktif tandan kosong kelapa sawit yaitu 6,9%. Hasil yang diperoleh telah memenuhi standar karbon aktif dalam bentuk serbuk maksimal 15% menurut SNI 06-3730-1995.

3. Uji Kadar Abu

Penentuan kadar abu bertujuan untuk mengetahui banyaknya kandungan mineral dan oksida-oksida logam yang masih terkandung dalam karbon aktif setelah dilakukan proses pengarang dan pengaktifan. Kandungan abu yang terdapat pada karbon aktif dapat mempengaruhi luas permukaan dari karbon aktif, sehingga aktivitas penyerapan rendah karena terjadinya penyumbatan pada pori karbon aktif (Herlandien, 2013) dalam Lasma, dkk., (2016: 54). Kadar abu yang terkandung pada karbon aktif tandan kosong kelapa sawit yaitu 0,96%. Hasil ini sudah sesuai dengan baku mutu kadar abu maksimal yaitu 10% yang telah memenuhi SNI 06-3730-1995.

4. Sintesis Komposit Fotokatalisis TiO₂-Karbon Aktif


Karbon aktif selanjutnya dikompositkan dengan TiO₂ yang bertujuan untuk mendegradasi berbagai senyawa organik dari komponen tunggal dan biner contohnya terhadap propizamida, toluena, aseton, *metal orange*, fenol dan lainnya (Slamet dan Ibadurrohman, 2009: 2). TiO₂ yang akan dikompositkan dengan karbon aktif terlebih dahulu di aktivasi dengan menggunakan oven pada suhu 200°C selama 4 jam. Hal ini bertujuan untuk mengubah struktur kristal dari TiO₂ menjadi struktur anatase, karena salah satu yang mempengaruhi aktifitas fotokatalisis dari TiO₂ adalah bentuk strukturnya. TiO₂ dibuat menjadi struktur anatase karena dari ketiga strukturnya yaitu anatase, rutil dan brookite yang memiliki aktivitas fotokatalisis yang baik adalah anatase, dimana struktur anatase terjadi dari suhu 120°C dan mencapai sempurna pada suhu 500°C (Bhernama, 2015: 118). Komposit TiO₂-karbon aktif kemudian digunakan dalam mendegradasi zat warna Rhodamin B.

5. Penentuan Kurva Standar Rhodamin B

Kurva standar Rhodamin B 1, 5, 10, 15 dan 20 ppm ditentukan absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis panjang gelombang maksimum 554 nm, sehingga dihasilkan persamaan regresi dari kurva tersebut yaitu $y = bx - a$. Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa persamaan regresi kurva standar Rhodamin B yang dihasilkan yaitu $y = 0,094x - 0,058$ dan koefisien relasi (R^2) sebesar 0,999 yang menunjukkan bahwa kurva tersebut linier. Konsentrasi Rhodamin B sisa pada sampel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan regresi pada kurva dengan memasukkan nilai absorbansi sampel pada fungsi y yang terdapat pada persamaan regresi.

6. Fotodegradasi Rhodamin B dengan Komposit TiO₂-Karbon Aktif

Penentuan degradasi Rhodamin B menggunakan perbandingan komposit TiO₂-karbon aktif yang berbeda dan diradiasi sinar UV dengan lama pengadukan 60, 120 dan 180 menit. Hasil dari degradasi Rhodamin B dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut:

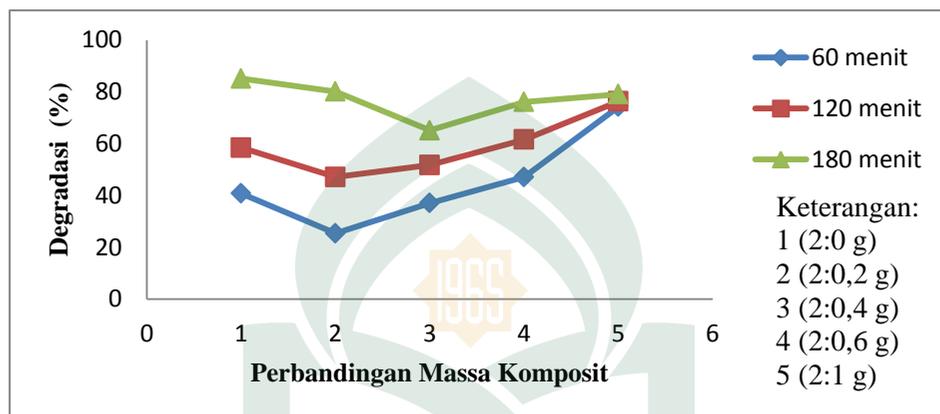


Gambar 4.3 Grafik hubungan massa komposit TiO₂-karbon aktif dan waktu kontak terhadap degradasi Rhodamin B

Hasil degradasi komposit TiO₂-karbon aktif yang ditunjukkan pada gambar 4.2 menyatakan bahwa Rhodamin B mengalami kenaikan persentase (%) degradasi seiring dengan meningkatnya waktu pengadukan sampel dengan setiap perbandingan massa komposit TiO₂-karbon aktif. Hasil persentase (%) degradasi Rhodamin B pada perbandingan massa 2:0 gram dengan waktu pengadukan 60, 120 dan 180 menit yaitu 40,8 %, 58,48% dan 85,16%. Sedangkan pada perbandingan 2:0,2 gram untuk setiap waktu pengadukan yaitu 25,4%, 47,16% dan 80,16%. Perbandingan 2:0,4 gram hasil degradasi pada setiap pengadukan yaitu 37,08%, 51,76% dan 65,16%. Degradasi Rhodamin B pada perbandingan 2:0,2 dan 2:0,4 gram mengalami penurunan disebabkan karena fotokatalisis TiO₂ yang tidak efektif dan adsorben yang digunakan tidak mampu dengan sempurna dalam mendegradasi zat warna. Selanjutnya pada perbandingan 2:0,6 gram hasil degradasi yaitu 47,16%, 61,6% dan

76,36% sedangkan untuk perbandingan 2:1 gram persen (%) degradasi yang diperoleh sebesar 74,28%, 76,36% dan 79,12%. Hasil persen (%) degradasi pada perbandingan 2:6 dan 2:1 gram mengalami kenaikan yang cukup signifikan tetapi tidak membantu secara maksimal, hal tersebut terjadi karena penambahan karbon aktif berfungsi sebagai adsorben yang dapat mengikat zat warna sehingga membantu TiO_2 dalam mendegradasi Rhodamin B. Hasil persentase (%) degradasi Rhodamin B yang paling tinggi terjadi pada perbandingan 2:0 dengan waktu pengadukan 180 menit sebesar 85,17%, hal itu disebabkan karena banyaknya elektron yang mengalami loncatan dari pita valensi ke pita konjeksi sehingga menghasilkan banyak hole h^+ yang akan membentuk radikal hidroksil yang mampu mendegradasi Rhodamin B lebih banyak (Patiung, dkk., 2014: 142).




Proses pengadukan yang dilakukan pada setiap perbandingan massa komposit mempengaruhi kenaikan persen (%) degradasi Rhodamin B, karena semakin lama waktu pengadukan maka kontak fotokatalisis dengan sinar ($h\nu$) dapat menghasilkan radikal $\cdot\text{OH}$ sehingga mampu meningkatkan aktivitas fotodegradasi Rhodamin B. Hasil persentase (%) degradasi Rhodamin B optimum terjadi pada menit ke 180 karena mengalami kenaikan % degradasi yang paling tinggi. Hasil % degradasi optimum dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut:

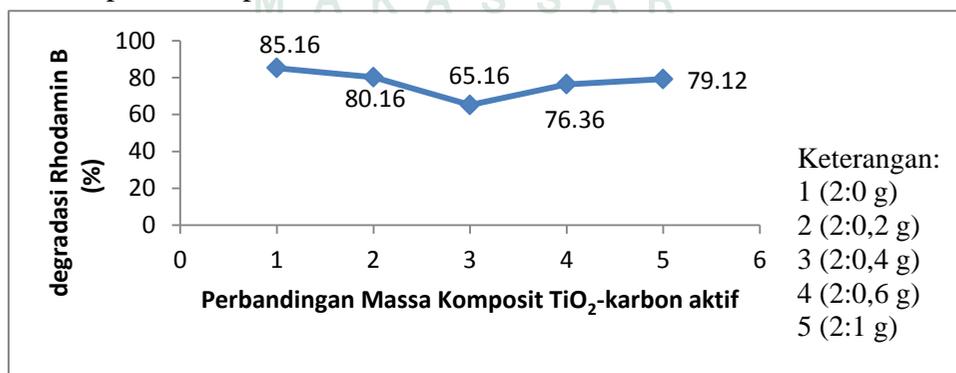

Gambar 4.4 Hasil optimum %Degradasi waktu kontak dan perbandingan massa komposit TiO_2 -karbon aktif

Waktu degradasi optimum dan massa kontak optimum adalah hasil degradasi yang dapat menghasilkan konsentrasi Rhodamin B sisa paling sedikit atau dengan kata lain yang memiliki nilai persentase (%) degradasi paling tinggi. Massa optimum komposit TiO₂-karbon aktif dalam mendegradasi Rhodamin B terjadi pada perbandingan 2:0 gram pada waktu pengadukan 180 menit. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu TiO₂ lebih banyak dalam mendegradasi Rhodamin B karena sifatnya yang sebagai fotokatalisis yang mampu menyerap sinar UV dan mendegradasi zat warna, seperti penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Michelle, dkk., 2015: 139) yaitu TiO₂ mampu mendegradasi zat warna remazol yellow lebih banyak dibandingkan dengan TiO₂-zeolit dan TiO₂-karbon aktif. TiO₂ mampu mendegradasi zat warna lebih banyak karena TiO₂ memiliki peran utama yaitu sebagai fotokatalisis yang berfungsi dalam mendegradasi zat warna dengan bantuan sinar UV.

Proses penyinaran dengan sinar UV mengakibatkan terjadinya interaksi dengan fotokatalisis TiO₂ yang menyebabkan terbentuknya radikal •OH karena penyinaran yang kemudian akan mendegradasi senyawa organik. Mekanisme reaksi pada fotodegradasi Rhodamin B oleh TiO₂ dapat dilihat pada persamaan reaksi berikut ini:




Proses fotodegradasi akan diawali dengan loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi sehingga menghasilkan lubang (hole h^+). Hole (h^+) kemudian akan bereaksi dengan air menghasilkan radikal $\bullet OH$ yang merupakan pengoksidasi kuat, sementara e^- bereaksi dengan oksigen membentuk superoksida dan bereaksi lebih lanjut dengan air menghasilkan $\bullet OH$ yang akan mendegradasi Rhodamin B menjadi senyawa yang ramah lingkungan (Aryanto dan Irwan, 2014: 211).

Semakin lama waktu penyinaran yang dilakukan menyebabkan semakin banyak energi foton yang terserap oleh fotokatalis sehingga Rhodamin B yang akan terdegradasi akan semakin meningkat, karena katalis yang berada didalam reaktor akan mengalami penyinaran yang lebih lama sehingga banyaknya katalis mengalami pengaktifan untuk membentuk radikal $\bullet OH$ lebih banyak yang mampu untuk mendegradasi zat warna Rhodamin B (Safitri, dkk., 2017: 54).

7. Uji Morfologi SEM (*Scanning Elektron Microscopy*)

Analisis SEM digunakan untuk menganalisis morfologi permukaan dari suatu sampel. Hasil morfologi % degradasi optimum dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:

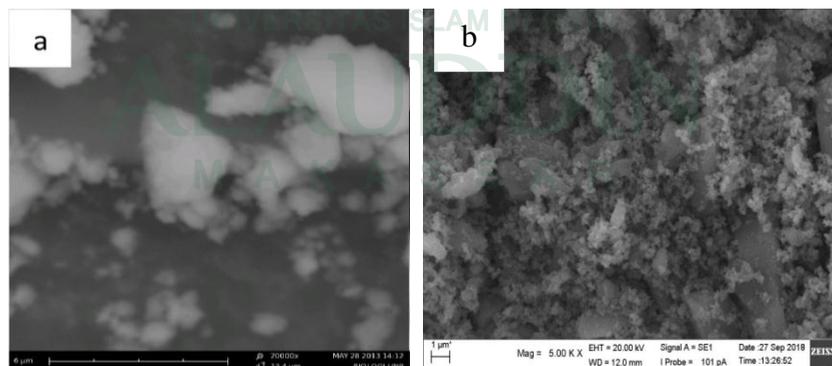

Gambar 4.3. (a) morfologi TiO_2 murni (b) TiO_2 setelah degradasi Rhodamin B

Hasil morfologi pada gambar (a) merupakan TiO_2 murni yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh (Upita, dkk., 37), pada hasil SEM TiO_2 memiliki partikel-partikel yang menumpuk sesamanya sehingga terlihat seperti gumpalan-

gumpalan putih dengan bentuk bulat dan ukuran yang tidak seragam. Sedangkan morfologi TiO_2 setelah digunakan untuk mendegradasi Rhodamin B pada gambar 4.4 (b), terlihat bahwa setelah melakukan proses degradasi dengan zat warna bentuk TiO_2 telah menyebar kesegala arah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan sehingga terdapat zat warna yang menempel pada permukaan TiO_2 . Hasil SEM juga menunjukkan bahwa penyebaran zat warna yang menempel pada TiO_2 kurang merata sehingga terdapat zat warna yang teradsorpsi oleh TiO_2 membentuk gumpalan-gumpalan. Gugus hidroksil (-OH) dan karbonil (C=O) yang terdapat pada zat warna dapat terikat kuat dengan TiO_2 yang menyebabkan banyaknya zat warna yang dapat terdegradasi pada proses fotokatalisis. Selain itu hasil SEM juga menunjukkan bahwa zat warna yang menempel pada TiO_2 memiliki ukuran yang tidak beraturan serta masih banyak lubang yang kosong pada TiO_2 yang memungkinkan untuk mampu mengikat zat warna lebih banyak lagi (Aminuddin, dkk., 2015: 37-41).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Morfologi SEM degradasi Rhodamin B optimum yaitu TiO_2 yang memiliki bentuk morfologi yang tidak beraturan dan terdapat zat warna Rhodamin B yang menempel pada partikel-partikel TiO_2 .
2. Perbandingan massa kontak optimum komposit TiO_2 -karbon aktif dalam mendegradasi Rhodamin B terjadi pada perbandingan 2:0 gram dengan persen (%) degradasi sebesar 85,17%.
3. Waktu kontak optimum yang dibutuhkan oleh komposit TiO_2 -karbon aktif dalam mendegradasi Rhodamin B adalah 180 menit.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu, menggunakan zat warna lain yang penggunaannya dilarang di Indonesia dengan penambahan TiO_2 yang lebih banyak dan pengaruh perbandingan konsentrasi zat warna.


DAFTAR PUSTAKA

- AlQuramal-Karim.
- Aji, dkk., "Sintesis Komposit TiO₂-Bentonit dan Aplikasinya untuk Penurunan BOD dan COD Air Embung UNNES". *Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kimia*. 2 No. 2 (2016): h. 114-119.
- Aliyah, Hasniah dan Yuni Karlina. "Semikonduktor TiO₂ Sebagai Material Fotokatalisis Berulang". IX, No. 1 (2015): h. 185-203.
- Aminuddin, dkk., "Karakterisasi Zat Warna Daun Jati (*Tectona Grandis*) Fraksi Metanol:n-Heksan Sebagai Photosensitizer pada Dye Sensitized Solar Cell". *Chimica et Natura Acta*. 3, No. 1 (2015): h. 37-41.
- Amri, Syaiful. "Preparasi dan Karakterisasi Komposit ZnO-Zeolit untuk Fotodegradasi Zat Warna Congo Red". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Arsita, Yuliana dan Astuti. "Sintesis Komposit TiO₂/Karbon Aktif Berbasis Betung (*Dedrocalamus asper*) dengan Menggunakan Metode *Solid State Reaction*". *Fisika Unand*. 5, No. 3 (2016): h. 265-272.
- Aryanto, Afid dan Irwan. "Fotodegradasi Zat Warna Methyl Orange dengan Komposit TiO₂-Montmorillonit". *Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia VI*. 2014: h. 205-214.
- Basuki, Tris Kri. "Penurunan Konsentrasi CO dan NO₂ pada Emisi Gas Buang dengan Menggunakan Media Penyisipan TiO₂ Lokal pada Karbon Aktif". *JNF*. 1, No. 1 (2007): h. 45-64.
- Bhernama, Bhayu Gita. "Degradasi Zat Warna Metanil Yellow dengan Penyinaran Matahari dan Penambahan Katalis TiO₂-SnO₂". *Latanida Journal*. 3, No. 2 (2015): h. 116-126.
- Farha, Indah F dan Nita Kusumawati. "Pengaruh PVA Terhadap Morfologi dan Kinerja Membran KITOSAN dalam Pemisahan Pewarna Rhodami n-B". *Prosiding Seminar Nasional Kimia Unesa* (2012): h. 169-178.
- Fatimah, Is dan Karna Wijaya. "Sintesis TiO₂/Zeolit Sebagai Fotokatalisis pada Pengolahan Limbah Cair Industri Tapioka Secara Adsorpsi-Fotodegradasi". *TEKNOIN*. 10, No. 4 (2005): h. 257-267.
- Faudi, Ahmad M dan Heri Pranoto. "Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Bahan Baku Pembuatan Glukosa". *Chemica*. 3, No. 1 (2016): h. 1-5.
- Fitriana, Vinda Nur. "Sintesis dan Karakterisasi Superkapasitor Berbasis Nanokomposit TiO₂/C". *Skripsi*. Malang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, 2014.
- Gaol, M Roganda L Lumban, dkk., "Pembuatan Selulosa Asetat Dari α -Selulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit". *Teknik Kimia USU*. 2, No. 3 (2013): h. 33-39.

- Herlin, dkk., "Kajian Penggunaan Arang Aktif Tongkol Jagung Sebagai Adsorben Logam Pb dengan Beberapa Aktivator Asam". *Jurnal Natural Science*. 2, No. 3 (2013): h. 75-86.
- Im, Marita. "Pembuatan dan Karakterisasi Komposit Membran Peek Silika /Clay untuk Aplikasi *Direck Methanol Fuel Cell* (DMFC)". *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2011.
- Khaldun, Ibnu dan Abdul Gani Haji. "Potensi Asap Cair Hasil Pirolisis Cangkang Kelapa Sawit Sbagai Biopestisida Antifeedant". *Seminar Nasional Sains dan Teknologi* (2010): h. 547-557.
- Kurniawan, dkk., "Karakterisasi Luas Permukaan Bet (Braunear, Emmelt dan Teller) Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa dan Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Aktivitas Asam Fosfat (H_3PO_4)". *Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem*. 2, No.1 (2014): h. 15-20.
- Lasma, dkk., "Adsorpsi Fe(II) dengan Arang Kulit Buah Kakao (*Theobroma cacao* L.) Teraktivasi Asam Klorida". *JKK*. 5, No. 2 (2016): h. 50-59.
- Mahsunah, Almar Atu. "Pengembangan Komposit Polivinil Alkohol (PVA)-Alginat dengan Getah Batang Pisang Sebagai *Wound Dressing* Antibakteri". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Naimah, dkk., "Keramik Sebagai Media Fotokatalisis TiO_2 -Karbon Aktif Serta Aplikasinya pada Kesehatan Lingkungan". *Kimia Kemasan*. 37, No. 2 (2015): h. 123-132.
- Patiung, dkk., "Penggunaan Karbon Aktif Cangkang Pala- TiO_2 untuk Fotodegradasi Zat Warna Metanil Yellow". *Mipa Unstrat*. 3, No. 2 (2014): 139-143.
- Pembayun, dkk., "Pembuatan Karbon Aktif dari Arang Tempurung Kelapa dengan Aktivator $ZnCl_2$ dan Na_2CO_3 sebagai Adsorben untuk Mengurangi Kadar Fenol dalam Air Limbah". *Teknik POMITS*. 2, No.1 (2012): h. 116-120.
- Rahmalia, dkk., "Pemanfaatan Potensi Tandan Kosong Kelapa Sawit (*Elais guineensis* Jacq) Sebagai Bahan Dasar C-Aktif untuk Adsorpsi Logam Perak dalam Larutan". *PKMP*. 3, No. 13 (2015): h. 1-10.
- Rahmalia, dkk., "Pemanfaatan Potensi Tandan Kosong Kelapa Sawit (*Elais guineensis* Jacq) Sebagai Bahan Dasar C-Aktif untuk Adsorpsi Logam Perak dalam Larutan". *FKMP*. 3, No. 13 (2015): h. 1-10.
- Ramdja, dkk., "Pembuatan Karbon Aktif dari Pelepah Kelapa (*Cocus Nucifera*)". *Jurnal Teknik Kimia*. 15, No. 2 (2008): h. 1-8.
- Riyani, dkk., "Pengolahan Limbah Logam Berat Industri Tekstil Menggunakan Fotokatalisis TiO_2 -Arang Aktif". *Molekul*. 3, No. 1 (2008): h. 40-47.
- Roosita, Arnie. "Validasi Metode Spektrofotometri Visibel Untuk Penetapan Kadar Ampisilin Menggunakan Pereaksi Asetilaseton dan Formalin". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, 2007.
- Safitri, dkk., "Degradasi Bahan Organik pada Air Gambut dengan Fotokatalisis TiO_2 Lapis Tipis". *JKK*. 6, No. 1 (2017): h. 50-56.


- Slamet dan Indragini. "Sintesis Nanokomposit Karbon Aktif-Zeolit Alam-TiO₂". *Widyanuklida*. 14, No. 1 (2014): h. 32-37.
- Sucahya, dkk., "Fotokatalisis untuk Pengolahan Limbah Cair". *Integrasi*. 6, No. 1 (2016): h. 1-15.
- Sudirman, dkk., "Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Fotokatalisis TiO₂/Karbon Aktif Sebagai Adsorben Limbah Organik". *Prosiding Pertrmuan Ilmiah XXIX HFI Jateng & DIY*. (2015): h. 347-350.
- Sunardi, dkk., "Sintesis dan Karakterisasi Komposit Kaolin-TiO₂ Sebagai Fotokatalisis untuk Degradasi Zat Warna Rhodamin B". *Sains dan Terapan Kimia*. 6, No. 2 (2012): h. 118-129.
- Tassu'adah, Risda dan Astuti. "Sintesis Material Fotokatalisis TiO₂ untuk Penjernihan Limbah Tekstil". *Fisika Unand* 4, no. 1 (2015): h. 91-96.
- Togas, dkk., "Fotodegradasi Zat Warna Metanil Yellow Menggunakan Fotokatalisis TiO₂-Karbon Aktif". *MIPA Unstrat*. 3, No. 2 (2014): h. 87-91.
- Upita, dkk., "Pembuatan dan Karakterisasi Katalis TiO₂/Karbon Aktif dengan Metode Solid State". *J. Ris. Kim*. 9, No. 1 (2015): h.34-38.
- Wardanita, dkk., "Penetapan Kadar Rhodamin B dan Natrium Benzoat pada Saus Tomat yang Beredar Di Wilayah Pasar Inpres Kota Palu". *Akademika Kimia*.. 2, No. 4 (2013): h. 203-214.
- Wardhani, dkk., "Aktivitas Fotokatalitik BeadsTiO₂-N/Zeolit-Kitosan pada Fotodegradasi Metilen Biru (Kajian Pengembangan, Sumber Sinar dan Lama Penyinaran)". *Journal of Environmental Engineering & Sustainable Technology*. 3, No. 2 (2016): h. 78-84.
- Yuningsih, dkk., "Pengaruh Aktivasi Arang Aktif dari Tongkol Jagung dan Tempurung Kelapa Terhadap Luas Permukaan dan Daya Serap Iodin". *Kimia VALENSI: Jurnal Penelitian dan Pengembangan*. 2, No. 1 (2016): h. 30-34.

Lampiran 1. Skema Penelitian Penentuan Massa dan Waktu Kontak Optimum Komposit TiO₂-Karbon Aktif dalam Mendegradasi Zat Warna Rhodamin B

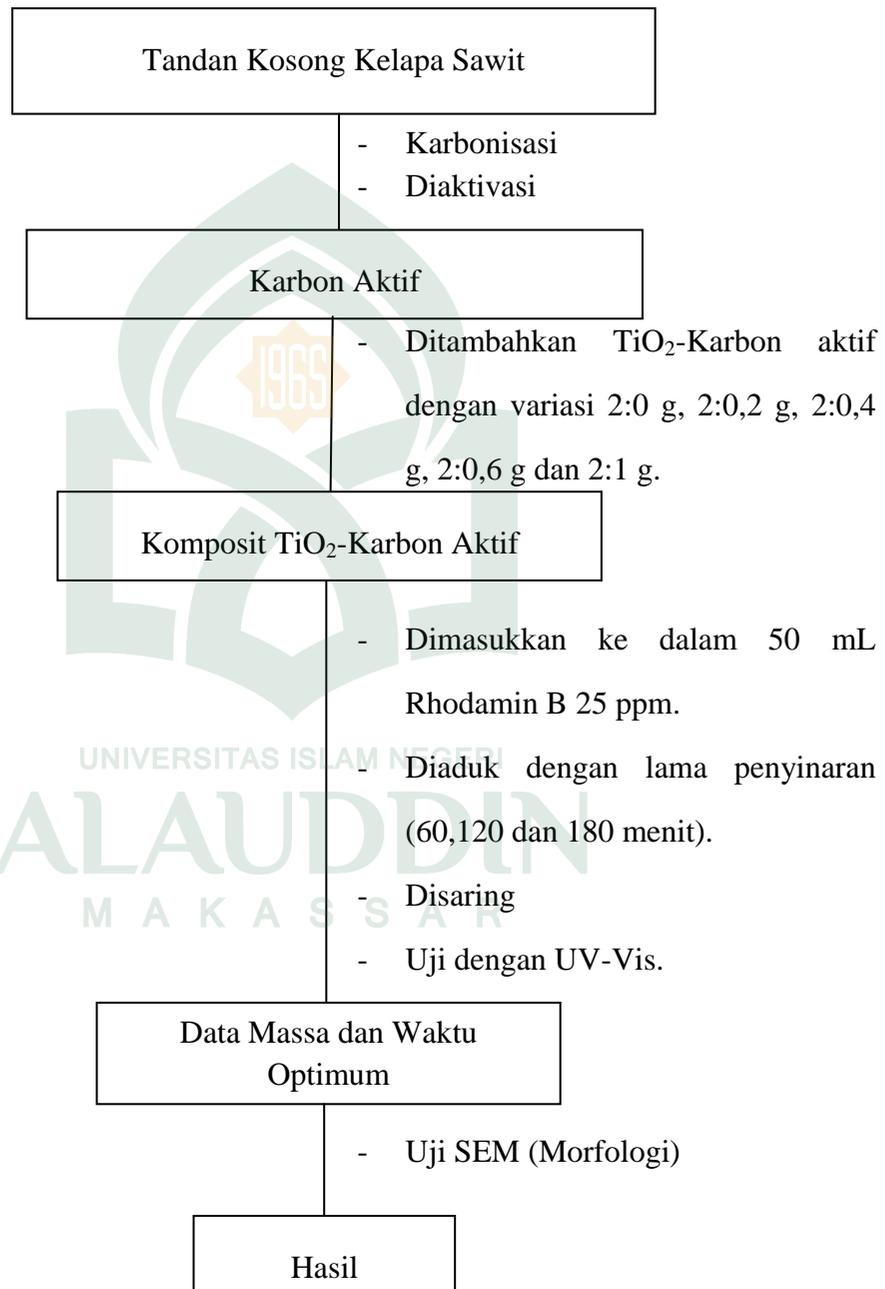


Lampiran 2. Skema Kerja Komposit TiO₂-Karbon Aktif dalam Mendegradasi Zat Warna Rhodamin B


1. Preparasi Sampel

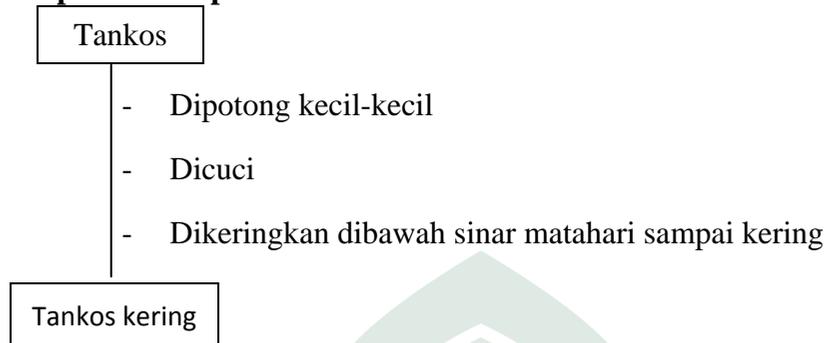


2. Pembuatan Karbon Aktif

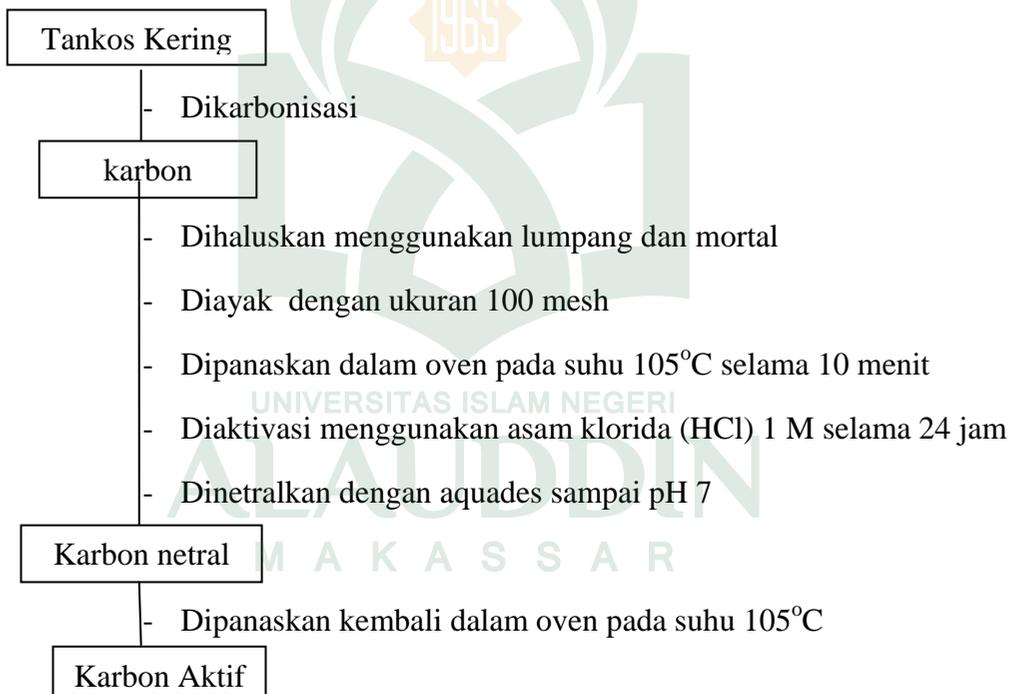

3. Sintesis Komposit Fotokatalisis TiO₂-Karbon Aktif

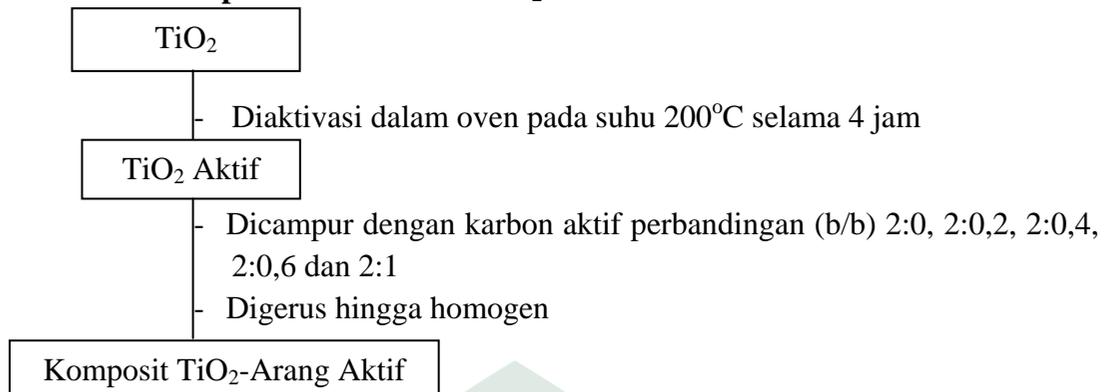


4. Fotodegradasi Rhodamin B menggunakan Komposit TiO₂-Arang Aktif

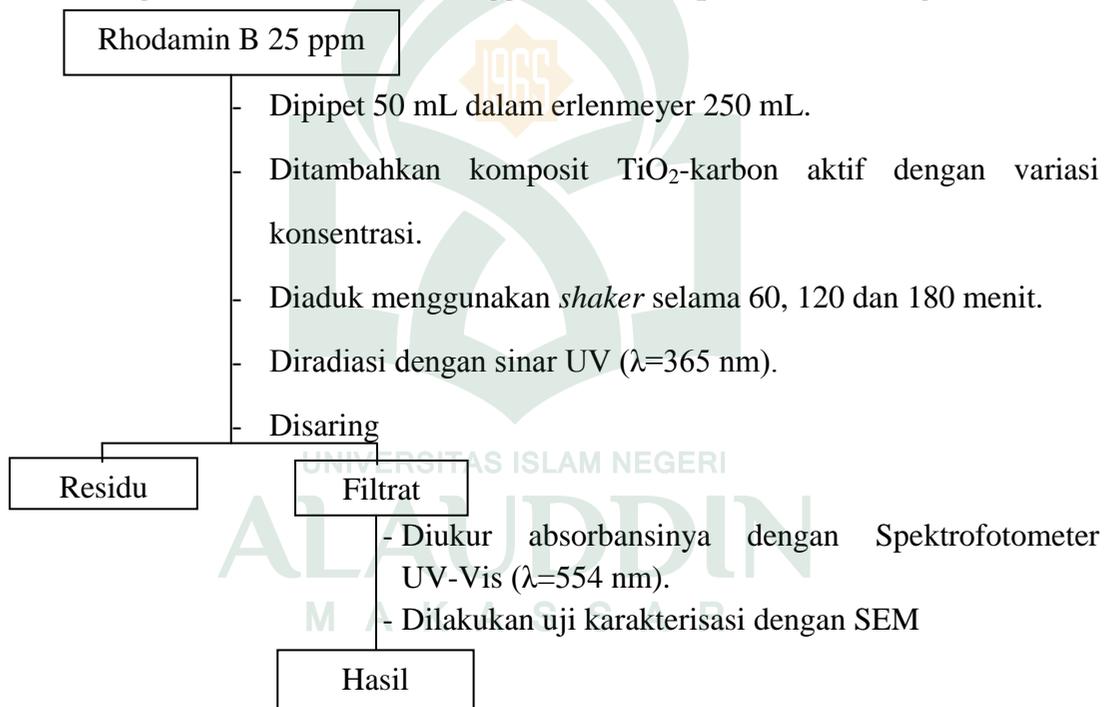

Lampiran 2. kurva Standar Rhodamin B

No.	Konsentrasi Rhodamin B (ppm)	Absorbansi	x.y	x ²	y ²
1.	1	0,023	0,023	1	0,000529
2.	5	0,420	2,1	25	0,1764
3.	10	0,888	8,88	100	0,7885
4.	15	1,374	20,61	225	1,8879
5.	20	1,822	36,22	400	3,2797
	$\Sigma x = 51$	$\Sigma y = 4,516$	$\Sigma xy = 67,833$	$\Sigma x^2 = 751$	$\Sigma y^2 = 6,133$
	$r^2 = 10,2$	$r^2 = 0,9032$	$r^2 = 13,5666$	$r^2 = 150,2$	$r^2 = 1,266$

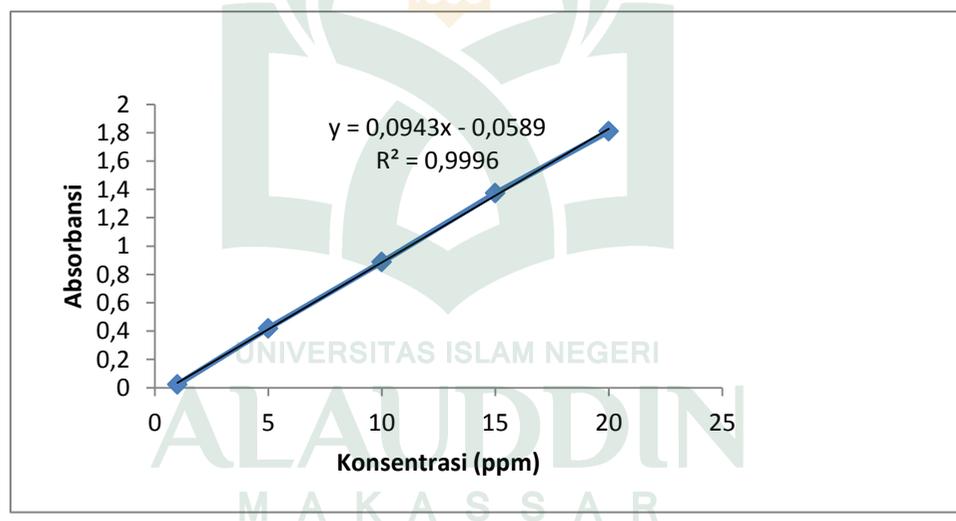

contoh perhitungan persamaan garis linier

- Penentuan nilai b

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} \\
 &= \frac{5 \times (67,833) - 51 \times 4,516}{5 \times 751 - (51)^2} \\
 &= \frac{339,165 - 230,316}{3.755 - 2601}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{108,849}{1154}$$

$$b = 0,0943$$

- Penentuan nilai a

$$a = y_{rata-rata} - b (x_{rata-rata})$$

$$= 0,9032 - 0,0943 (10,2)$$

$$= 0,9032 - 0,9618$$

$$= -0,058$$

- Penentuan Nilai Regresi

$$R^2 = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{\sqrt{((n \Sigma x^2) - (\Sigma x)^2)(n \Sigma y^2) - (\Sigma y)^2}}$$

$$= \frac{5 \times 67,833 - 51 \times 4,516}{\sqrt{(5 \times 751) - (51)^2 \times (5 \times 6,133) - (4,516)^2}}$$

$$= \frac{339,165 - 230,316}{\sqrt{(3755 - 2601)(30,665 - 20,394)}}$$

$$= \frac{108,849}{\sqrt{11852,73}}$$

$$= \frac{108,849}{108,87}$$

$$= 0,9998$$

Lampiran 3. Penentuan % Degradasi komposit TiO₂-karbon aktif terhadap Rhodamin B 25 ppm

1. Perbandingan Komposit TiO₂:Karbon Aktif (2:0 gram)

No.	Waktu absorpsi (menit)	Absorbansi		Rata-rata Absorpsi	Konsentrasi Rhodamin B sisa (ppm)	%Degradasi
		I	II			
1.	60 menit	1,282	1,393	1,3375	14,80	40,80%
2.	120 menit	0,894	0,947	0,9205	10,3828	58,47%
3.	180 menit	0,296	0,286	0,291	3,7073	85,17%

a. Contoh perhitungan penentuan sisa zat warna Rhodamin B

- Misalnya untuk 60 menit ($y = 1,3375$)

$$y = bx - a$$

$$bx = y + a$$

$$x = \frac{1,3375 + 0,0586}{0,0943}$$

$$= 14,80$$

b. Contoh perhitungan penentuan % Degradasi

$$\%D = \frac{c_0 - C}{c_0} \times 100\%$$

Dimana: c_0 = konsentrasi awal Rhodamin B

C = konsentrasi Rhodamin B sisa

- Misalnya untuk 60 menit

$$\%D = \frac{c_0 - C}{c_0} \times 100\%$$

$$= \frac{25 \text{ ppm} - 14,80}{25 \text{ ppm}} \times 100\%$$

$$= 40,8\%$$

2. Perbandingan Komposit TiO₂:Karbon Aktif (2:0,2 gram)

No.	Waktu absorpsi (menit)	Absorbansi		Rata-rata Absorpsi	Konsentrasi Rhodamin B sisa (ppm)	%Degradasi
		I	II			
1.	60 menit	1,425	1,975	1,7	18,6489	25,40%
2.	120 menit	1,127	1,247	1,187	13,2089	47,16%
3.	180 menit	0,537	0,282	0,4095	4,9639	80,14%

a. Contoh perhitungan penentuan sisa zat warna

- Misalnya untuk 60 menit ($y=1,7$)

$$y = bx - a$$

$$bx = y + a$$

$$x = \frac{y + a}{b}$$

$$= \frac{1,7 + 0,0586}{0,0943}$$

$$= 18,6489$$

b. Contoh perhitungan penentuan % Degradasi

- Misalnya untuk 60 menit

$$\%D = \frac{C_0 - C}{C_0} \times 100\%$$

$$= \frac{25 \text{ ppm} - 18,6489}{25 \text{ ppm}} \times 100\%$$

$$= 25,40\%$$

3. Perbandingan Komposit TiO₂:Karbon Aktif (2:0,4 gram)

No.	Waktu absorpsi (menit)	Absorbansi		Rata-rata Absorpsi	Konsentrasi Rhodamin B sisa (ppm)	%Degradasi
		I	II			
1.	60 menit	1,372	1,477	1,4245	15,7275	37,09%
2.	120 menit	1,032	1,126	1,079	12,0636	51,74%
3.	180 menit	1,048	0,478	0,763	8,7126	65,15%

a. Contoh perhitungan penentuan sisa konsentrasi zat warna Rhodamin B

- Misalnya untuk 60 menit

$$\begin{aligned}
 y &= bx-a \\
 x &= \frac{y+a}{b} \\
 &= \frac{1,4245+0,0586}{0,0943} \\
 &= 15,7275
 \end{aligned}$$

b. Contoh penentuan % Degradasi

- Misalnya untuk 60 menit

$$\begin{aligned}
 \%D &= \frac{c_0-c}{c_0} \times 100\% \\
 &= \frac{25 \text{ ppm} - 15,7275}{25 \text{ ppm}} \times 100\% \\
 &= 37,09\%
 \end{aligned}$$

4. Perbandingan Komposit TiO₂:Karbon Aktif (2:0,6 gram)

No.	Waktu absorpsi (menit)	Absorbansi		Rata-rata Absorpsi	Konsentrasi Rhodamin B sisa (ppm)	%Degradasi
		I	II			
1.	60 menit	1,069	1,305	1,187	13,2089	47,16%
2.	120 menit	0,944	0,750	0,847	9,6034	61,58%
3.	180 menit	0,438	0,560	0,499	5,913	76,35%

a. Contoh perhitungan penentuan sisa zat warna Rhodamin B

- Misalnya untuk 120 menit ($y = 0,847$)

$$\begin{aligned}
 y &= bx - a \\
 x &= \frac{y + a}{b} \\
 &= \frac{0,847 + 0,0586}{0,0943} \\
 &= 9,6034
 \end{aligned}$$

b. Contoh perhitungan % Degradasi

- Misalnya untuk 120 menit

$$\begin{aligned}
 \%D &= \frac{c_0 - c}{c_0} \times 100\% \\
 &= \frac{25 \text{ ppm} - 9,6034}{25 \text{ ppm}} \times 100\% \\
 &= 61,58\%
 \end{aligned}$$

5. Perbandingan Komposit TiO₂:Karbon Aktif (2:1 gram)

No.	Waktu absorpsi (menit)	Absorbansi		Rata-rata Absorpsi	Konsentrasi Rhodamin B sisa (ppm)	%Degradasi
		I	II			
1.	60 menit	0,546	0,549	0,5425	6,4273	74,29%
2.	120 menit	0,516	0,481	0,4985	5,9077	76,36%
3.	180 menit	0,386	0,481	0,4335	5,2184	79,13%

a. Contoh perhitungan penentuan sisa zat warna Rhodamin B

- Misalnya untuk 180 menit ($y = 0,4335$)

$$\begin{aligned}
 y &= bx - a \\
 x &= \frac{y + a}{b} \\
 &= \frac{0,4335 + 0,0586}{0,0943} \\
 &= 5,2184
 \end{aligned}$$

b. Contoh perhitungan penentuan %Degradasi

- Misalnya untuk 180 menit

$$\begin{aligned}
 \%D &= \frac{C_0 - C}{C_0} \times 100\% \\
 &= \frac{25 \text{ ppm} - 5,2184}{25 \text{ ppm}} \times 100\% \\
 &= 79,13\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 4. Preparasi Sampel



Tandan kosong kelapa sawit sebelum pengeringan



Pengeringan tandan kosong kelapa sawit

Lampiran 5. Pembuatan Karbon Aktif



Proses karbonisasi



Hasil pembakaran



Karbon dihaluskan

Lampiran 6. Proses Aktivasi



Karbon



Dipanaskan



Dinetralkan dengan aquades




Karbon Dikeringkan



Karbon aktif

Lampiran 7. Uji Kadar Air dan Kadar Abu

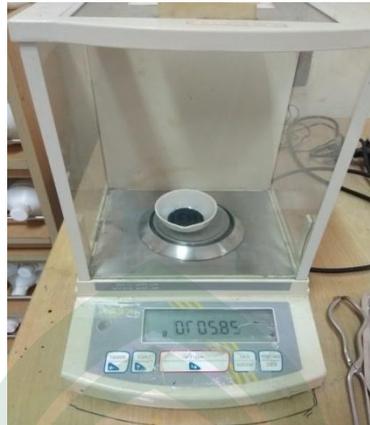

Kadar air



Kadar abu

Lampiran 8. Komposit TiO₂-Karbon Aktif



TiO₂ dipanaskan selama 4 jam



TiO₂ dicampur dengan karbon aktif



Komposit digerus


Lampiran 9. Pembuatan Larutan Rhodamin B



Larutan induk 1000 ppm



Larutan contoh 100 ppm

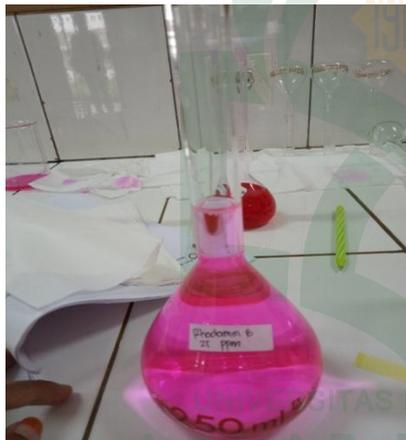

Larutan contoh 25 ppm



Larutan standar (1,5,10,15 dan 20 ppm)



Larutan sampel 25 ppm

Lampiran 10. Proses degradasi Rhodamin B



Dishaker di bawah sinar UV



Filtrat Rhodamin B sisa penyerapan

Lampiran 11. Analisis Spektrofotometer UV-Vis







Analisis UV-Vis $\lambda = 554 \text{ nm}$



Spektrofotometer UV-Vis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

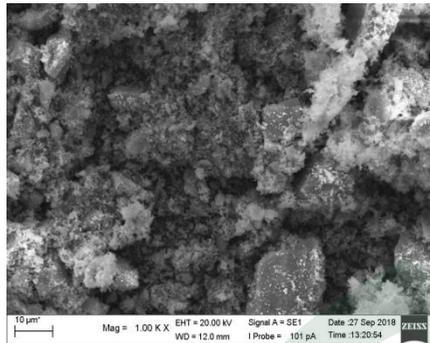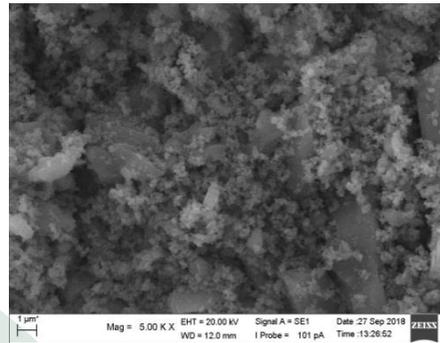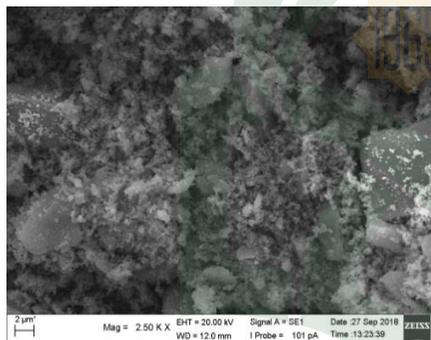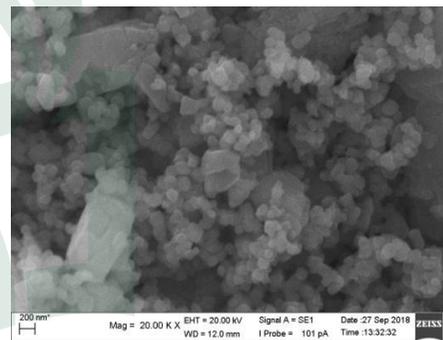Lampiran 11. Morfologi SEM (Scanning Electron Mikroskopi) TiO₂TiO₂ perbesaran 1.000xTiO₂ perbesaran 5.000xTiO₂ perbesaran 2.500xTiO₂ perbesaran 20.000x

BIOGRAFI



Arni Sofianingsi Zaida atau biasa dipanggil Arni. Lahir di Malua, 10 Desember 1997. Lahir sebagai anak ke pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan ayah yang bernama Darminto dan ibu yang bernama Zainab. Semasa kecil kuhabiskan waktu ditempat kelahiranku, tetapi di saat saya kelas 6 SD saya ikut ke Kalimantan sekolah bersama nenek saya. Pada saat masuk SMP saya kembali ke kampung halaman dan melanjutkan pendidikan di sana. Selesai di tahap pendidikan SMP dan langsung melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi yaitu SMA. Selama sekolah SMA saya mengikuti berbagai kegiatan organisasi seperti OSIS, Pramuka dan Saka Bhayangkara. Setelah lulus SMA saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu kampus ternama di Makassar yaitu **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR** jurusan Kimia fakultas Sains dan Teknologi.