

**KARAKTERISASI *MORTAR* BERBAHAN DASAR NANO SEMEN
DENGAN PENAMBAHAN NANO *BOTTOM ASH***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Seminar Hasil Jurusan Fisika Pada
Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

OLEH :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ISMAIL YUDI RUMBANG

NIM. 60400114035

ALAUDDIN
M A K A S S A R

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Yudi Rumbang

NIM : 60400114035

Tempat/Tgl. Lahir : Wawondula, 30 April 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Fisika

Fakultas/Program : Sains dan Teknologi

Alamat : Jl. Tamangapa Raya, Kec. Mangala, Makassar.

Judul : Karakterisasi Mortar Berbahan Dasar Nano Semen dengan Penambahan Nano Bottom Ash.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 November 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Ismail Yudi Rumbang
NIM: 60400114035

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Karakterisasi Mortar Berbahan Dasar Nano Semen dengan Penambahan Nano *BOTTOM ASH***", yang disusun oleh **Ismail Yudi Rumbang**, NIM: 60400114035, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018 M**, bertepatan dengan 11 Rabi'ul Awwal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).*

Gowa, 19 November 2018
11 Rabi'ul Awwal 1440 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|-----------------------------|---------|
| Ketua | : Wasilah, S.T., M.T. | (.....) |
| Sekretaris | : Ihsan, S.Pd., M.Si. | (.....) |
| Munaqisy I | : Muh. Said L, S.Si., M.Pd. | (.....) |
| Munaqisy II | : Dr. Sohra, M.Ag. | (.....) |
| Pembimbing I | : Rahmaniah, S.Si., M.Si. | (.....) |
| Pembimbing II | : Nurul Fuadi, S.Si., M.Si. | (.....) |

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar, *li*

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205/199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, yang maha esa, maha pencipta, memberi kehidupan dan rejeki kepada seluruh ciptaannya Hak untuk membimbing dan mengadili manusia, dan menentukan manusia untuk masuk ke dalam sorga milik-Nya. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-nya menjadi sia-sia, berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nyalah sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “**Karakterisasi Mortar Berbahan Dasar Nano Semen Dengan Penambahan Nano *Bottom Ash***” ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terima kasi saya haturkan kepada ayahanda tercinta **Arifin Rumbang R** dan ibunda **Sandai** yang tersayang yang telah memberikan perlakuan moril maupun materi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kesehatan, rezeki, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas perlakuan yangbaik bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan namun berkat pertolongan dari Allah swt dan dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan proposal penelitian ini, dan kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)

AIAUDDIN Makassar.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibunda Sahara, S.Si., M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.** selaku sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si.**, selaku pembimbing I dan Ibu **Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.**, selaku pembimbing II. Yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. **Bapak Muh. Said L, S.Si., M.Pd** dan **Ibu Dr. Sohra, M.Ag**, selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.
7. **Bapak Ibu Dosen Jurusan Fisika** yang selama ini berkontribusi banyak dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
8. Terkhusus buat kakak **Kak Resti dan Pak Sigit** sebagai pembimbing dan staf PT. SEMEN TONASA yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
9. Terkhusus buat tim saya **Sry Titi Wardani**, terimakasih atas kerjasamanya selama beberapa bulan terakhir ini.
10. Dan untuk sahabat saya **Zainudin, Dzulqadri Imran & Ahmad Kautsar** atas bantuannya yang saya juga tidak tahu apa yang mereka bantukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari berbagai kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis sendiri bagi bidang pendidikan dan masyarakat.

Makassar, 29 Oktober 2018

Penulis

Ismail Yudi Rumbang




DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GRAFIK | ix |
| DAFTAR SIMBOL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Ruang Lingkup Penelitian..... | 4 |

| | |
|--|-----------|
| 1.5 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS..... | 8 |
| 2.1.Nanoteknologi | 8 |
| 2.2.Batu Bara..... | 10 |
| 2.3.Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. Bosowa Energi, Jeneponto. | 15 |
| 2.4. <i>Bottom Ash</i> | 16 |
| 2.5.Semen | 17 |
| 2.6.Waktu Ikat (<i>Setting Time</i>)..... | 18 |
| 2.7.Konsistensi Normal (<i>Vicat</i>)..... | 19 |
| 2.8. <i>Mortar</i> | 19 |
| 2.9. Kuat Tekan Mortar..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 22 |
| 3.2. Alat Penelitian | 22 |
| 3.3. Bahan Penelitian..... | 25 |
| 3.3. Prosedur Kerja Penelitian..... | 25 |
| 3.4. Bagan Alir Penelitian..... | 32 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 44 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 44 |
| 5.2. Saran..... | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | 47 |
| RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | L1 |

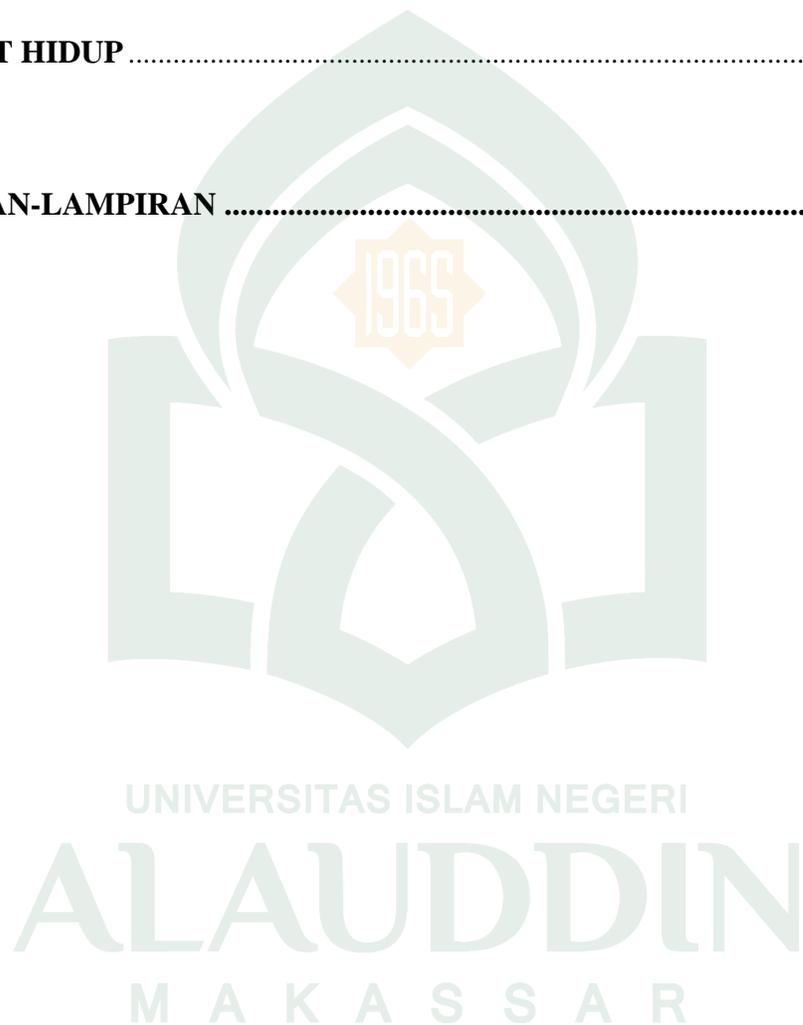

DAFTAR GAMBAR

| No | Keterangan Gambar | Halaman |
|-----|---|---------|
| 2.1 | Batubara | 10 |
| 2.2 | Skema Penggunaan Batu Bara..... | 11 |
| 2.3 | PLTU PT. Bosowa Energi..... | 15 |
| 2.4 | <i>Bottom Ash</i> | 16 |
| 2.5 | Pembentukan Komponen Karakteristik Dan Hidratasi Dari Portland Semen. | 18 |
| 2.6 | Alat <i>Setting Time</i> | 18 |
| 2.7 | Alat <i>Vicat</i> | 19 |
| 2.8 | Mortar | 20 |
| 2.9 | Alat Uji Kuat Tekan..... | 21 |
| 3.1 | Bagan Alir Penelitian | 32 |

DAFTAR TABEL

| No Keterangan Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 4.1 Tabel Nilai Kuat Tekan Mortar..... | 34 |
| 4.2 Tabel Nilai <i>Vicat</i> Dan <i>Setting Time</i> | 39 |
| 4.3 Tabel Analisis Ukuran Sampel Semen OPC (Blanko)..... | 41 |
| 4.4 Tabel Analisis Ukuran Sampel <i>Pozzolan Bottom Ash</i> | 41 |



DAFTAR GRAFIK

| No Keterangan Grafik | Halaman |
|---|---------|
| 4.1 Grafik Kuat Tekan Mortar Nano Semen Dengan Penambahan Nano <i>BottomAsh</i> Dengan Waktu Kontrol 3 Hari..... | 36 |
| 4.2 Grafik Kuat Tekan Mortar Nano Semen Dengan Penambahan Nano <i>BottomAsh</i> Dengan Waktu Kontrol 7 Hari..... | 37 |
| 4.3 Grafik Kuat Tekan Mortar Nano Semen Dengan Penambahan Nano <i>BottomAsh</i> Dengan Waktu Kontrol 28 Hari..... | 38 |

DAFTAR SIMBOL

| Simbol | Keterangan Simbol | Satuan |
|-----------|--|--------|
| Θ | Sudutgelombang | |
| λ | Panjang gelombang sinar-X | Å |
| K | Konstanta | |
| β | <i>Full Width at Half Maximum</i> (FWHM) | rad |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Keterangan Lampiran | Perihal |
|----------|--------------------------------|---------|
| 1 | SK SNI 15-2049-2004..... | L2 |
| 2 | Dokumentasi Penelitian | L4 |
| 3 | Persuratan Penelitian | L7 |
| 4 | Persuratan SK Pembimbing | L9 |



ABSTRAK

Nama : Ismail YudiRumbang
NIM : 60400114035
Judul Skripsi : **KARAKTERISASI MORTAR BERBAHAN DASAR NANO SEMEN DENGAN PENAMBAHAN NANO BOTTOM ASH**

Telah dilakukan penelitian mengenai karakterisasi mortar berbasan nano semen dengan penambahan nano *Bottom Ash*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perandarisuatu *Pozzolan* berupa *Bottom Ash* yang apabila struktur dan ukurannya diubah dalam skala nanometer terhadap nano semen.

Dengan menyadur teknologi penggilingan dengan menggunakan beberapa acam tahapan berdasarkan penggunaan alat, di antaranya *Disk Mill*, *Crusher Mill* serta penggilingan akhir dengan menggunakan *Grinding Mill*. Dengan beberapa karakterisasi berupa pengujian kuat tekan, *Setting Time*, *Vicat* dan analisis ukuran bulir dengan menggunakan *X-Ray Diffraction (XRD)* dengan pendekatan persamaan Scherrer.

Hasil ukuran material pada skala nanometer pada penelitian ini didapatkan rata-rata ukuran semen dan *Bottom Ash* masing-masing 4.8 nm dan 22.5 nm dari hasil sintesis dengan metode penggilingan.

Dengan ukuran partikel ini meningkatkan nilai kuat tekan mortar pada persentase maksimal nano *Bottom Ash* yaitu 15% pada puncak waktu kontrol 28 hari sebesar 420 MPa dan 395.5 MPa untuk mortar nano semen tanpa nano *Bottom Ash* sebagai pembanding. Hal ini juga mempercepat dayaikat pada semen dengan ikatan awal dan ikatan akhir masing-masing 41.25 dan 113.75 menit.

Kata kunci: *Mortar*, *Pozzolan*, *Bottom Ash*, *Disk Mill*, *Crusher Mill*, *Grinding Mill*, *Setting Time*, *Vicat*, *X-Ray Diffraction*

ABSTRACT

Name : Ismail YudiRumbang
NIM : 60400114035
Thesis Title : **MORTAR CHARACTERIZATION BASED ON NANO CEMENT WITH ADDITIONAL NANO BOTTOM ASH**

Research has been conducted on the characterization of nano cement based mortar with the addition of nano bottom ash. The research was conducted aimed to find out how the role of a Pozzolan in the form of Bottom Ash is if the structure and size are changed on a nanometer scale to nano cement.

By adapting the milling technology by using several types of stages based on the use of tools, including Disk Mill, Mill Crusher and final mill using Grinding Mill. With several characterizations in the form of compressive strength testing, Setting Time, Vicat and grain size analysis using X-Ray Diffraction (XRD) with the Scherrer equation approach

The results of the material size on the nanometer scale in this study obtained the average size of cement and Bottom Ash each of 4.8 nm and 22.5 nm from the synthesis results by the milling method. With this particle size increasing the value of mortar compressive strength at the maximum percentage of nano Bottom Ash which is 15% at the peak of 28 days of control time of 420 MPa and 395.5 MPa for nano cement mortar without nano Bottom Ash as a comparison. This also accelerates the binding capacity of the cement with the initial tie and the final tie of 41.25 and 113.75 minutes, respectively.

Keywords: Mortar, Pozzolan, Bottom Ash, Disk Mill, Crusher Mill, Grinding Mill, Setting Time, Vicat, X-Ray Diffraction

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Nanoteknologi merupakan sebuah pengembangan ilmu sains yang memfokuskan pada ukuran materi menjadi ukuran nanometer. Tujuannya adalah dengan mengubah ukuran suatu material menjadi nanometer diharapkan akan disertai dengan terjadinya perubahan sifat dan fungsi pada material tersebut. Sehingga, inovasi dalam pengembangan material terbaru dapat diwujudkan dengan mengubah ukuran material tersebut menjadi kecil sedemikian rupa.

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan material berukuran nanometer difokuskan pada fungsinya sebagai pengisi dari material lain. Hal ini bertujuan untuk, dengan adanya penambahan material nano pada material lain dapat meningkatkan kualitas dan fungsional hasil kombinasi dari sintesis kedua material tersebut. Dimana fungsi dari material nano ini yaitu dapat mengikat unsur-unsur lain secara kompak bahkan secara kompleks, hal ini didasarkan pada ukuran nanometer yang memiliki bidang luasan permukaan yang lebih kecil sehingga dapat berinteraksi dengan mudah terhadap material lainnya.

Dewasa ini, mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan merupakan sebuah upaya pemerintah dalam membangun negara Indonesia menuju Negara yang maju. Faktanya, Indonesia merupakan salah satu kawasan dengan daerah pertambangan terbesar dunia, baik dalam pertambangan logam, minyak dan gas (migas), semen, batu bara, maupun aspal. Implementasinya adalah, dengan adanya pertambangan seperti ini pemenuhan pemasokan dalam

Terjemahnya:

Yaitu (Allah) yang menjadikan api untuk dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu itu (Kementerian Agama R.I, 2014).

Menurut tafsir Quraish Shihab, kata hijau (أخضر) merujuk pada zathijau (klorofil). Klorofil menangkap sinar matahari untuk mengolah gas karbon dioksida(CO₂) yang diserap dengan air dari akar menjadi karbohidrat sehingga terbentuk kayu, buah, dan bagian pohon lainnya. Kayu dari pohon (شجرة) melalui proses pembakaran atau sintering akan berubah menjadi karbon. Karbon dan oksigen merupakan unsur penting untuk menghasilkan api dengan proses pembakaran sempurna. Dan lalu di pertegas dalam Q.S Al-A'la ayat 4-5 yang berbunyi :

أَحْوَىٰ غُثَاءً فَجَعَلَهُ رُحًا ۖ الْمَرْعَىٰ أَخْرَجَ وَالَّذِي

Terjemahannya :

(4) dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, (5) lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

Kata “ahwa” yang bermakna hitam adalah ungkapan yang sangat cermat yang digunakan Al-Quran untuk menjelaskan akhir dari proses penggambutan tumbuh-tumbuhan, yang dimana hasil dari proses ini adalah terbentuknya batu bara. Hal ini menegaskan akan kebenaran Al-Quran yang berasal dari Allah swt.

Pemakaian batu bara sebagai sumber energi menghasilkan residu berupa *BottomAsh* yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Penggunaan *BottomAsh* sebagai material pekerasan jalan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai sebuah solusi dalam menangani salah satu limbah industri adalah dengan penggunaan *BottomAsh* sebagai pengganti agregat

halus terhadap stabilitas, kelelahan, rongga udara, rongga didalam agregat dan *Marshall quotient* dari campuran aspal *mortar*. Hal ini dapat menjadi sebuah terobosan terbaru dalam dunia konstruksi pembangunan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam stabilitas dan kualitas penggunaan material sebagai bahan pembangunan. Pada dasarnya secara garis besar untuk kandungan unsur kimia pada *BottomAsh* tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh *FlyAsh*, akan tetapi secara persentasi (%) kadar kandungan kimia yang dimiliki akan bergantung dari material induk atau material asal *BottomAsh* dan *FlyAsh* tersebut. Untuk unsur kimia pada *BottomAsh* meliputi beberapa unsur seperti SO_3 , SiO_2 , Ca, Mg, Fe, dan Al. Hal ini juga serupa pada material *FlyAsh*. Sehingga *BottomAsh* memiliki pula potensi sebagai material tambahan ataupun sebagai peran *Pozzolan* yang dapat meningkatkan *Workability* pada sampel produk baik dalam bentuk mortar ataupun beton.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap *BottomAsh* yang pengaplikasiannya terhadap beton, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Chrsitian, dkk yang melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan *BottomAsh* Yang Telah Di Olah Untuk Pembuatan Beton HVFA Mutu Menengah”. Namun perlu di ketahui bahwa penelitian yang selama ini dilakukan terhadap *BottomAsh* berfokus pada pembuatan beton seperti salah satu contoh penelitian yang telah di uraikan di atas. Sehingga dengan latar belakang inilah penulis mencoba mengangkat penelitian yang memfokuskan dengan pembuatan mortar yang secara lebih spesifik penulis mencoba mengubah ukuran semen serta limbah *BottomAsh* dengan ukuran nanometer.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Bagaimana mensintesis nano semen dengan penambahan nano *BottomAsh*?
2. Bagaimana hasil karakterisasi pengujian kuat tekan terhadap mortar ?
3. Bagaimana hasil karakterisasi pengujian *Vicat* dan *Setting Time* terhadap pasta semen?
4. Bagaimana hasil karakterisasi analisis ukuran bulir dengan menggunakan *X-Ray Diffraction (XRD)* terhadap semen dan *Bottom Ash*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah :

1. Mengetahui cara mensintesis dan nano semen dengan penambahan nano *BottomAsh*.
2. Mengetahui hasil karakterisasi pengujian kuat tekan terhadap mortar.
3. Mengetahui hasil karakterisasi pengujian *Vicat* dan *Setting Time* terhadap pasta semen.
4. Mengetahui hasil karakterisasi analisis ukuran bulir dengan menggunakan *X-Ray Diffraction (XRD)* terhadap semen dan *Bottom Ash*.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Semen yang digunakan adalah merek Tonasa dengan tipe *Ordinary Portland Composite (OPC)*.
2. *BottomAsh* yang digunakan merupakan hasil pembakaran dari batubara PLTU Bosowa Kabupaten Jeneponto.

3. Pengujian XRD merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui ukuran bulir semen dan *Bottom Ash*.
4. Untuk semua objek sampel padat, dalam ukuran struktur nanometer, kecuali pasir.
5. Perbandingan komposisi (*Mix Design*) pada sampel adalah 1 (Semen) : 2,75 (Pasir) : 0,54 (Air) untuk pengujian kuat tekan. Dimana perbandingan ini berdasarkan massa dari masing-masing sampel dalam satuan gram dan ml untuk air.
6. Wadah cetakan yang digunakan berupa kubus dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm untuk kuat tekan, dan cetakan prisma untuk waktu pengikatan (*SettingTime*).
7. Untuk waktu kontrol pendiaman sampel cetakan terbagi atas beberapa sebagai berikut :
 - a. 3, 7 dan 28 hari pendiaman untuk pengujian kuat tekan mortar dan *Strenght Activity*.
 - b. Pengujian langsung terhadap *Vicat* dan *SettingTime*.
 - c. Pengujian langsung terhadap pengujian *X-Ray Difrraction* (XRD).
8. Untuk segala jenis pencetakan, dilakukan secara manual (*Human Work*) dengan beberapa pola yang akan di jelaskan pada metodologi penelitian.
9. Alat yang digunakan untuk mengubah ukuran semen dan *BottomAsh* menjadi nanometer adalah *Ball Milling/ Grinding Mill* (GM).
10. Alat yang digunakan dalam uji kuat tekan *mortar* adalah *Universal Testiing Machine* (UTM).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan di lakukan ini adalah :

1. Menjadi sumber literatur dalam pengembangan penelitian tingkat lanjut mengenai bahan baku konstruksi dalam pembangunan.
2. Menjadi salah satu solusi penanggulangan dalam pemanfaatan limbah hasil pembakaran batu bara pada industri khususnya pada *BottomAsh*.
3. Dengan adanya penelitian karakterisasi penambahan material *BottomAsh* sebagai bahan konstruksi ini, diharapkan menjadi sebuah terobosan baru dalam dunia pembangunan dalam pemanfaatannya kepada masyarakat sebagai material pilihan dalam mengatasi resiko kuantitas dan kualitas bahan pembangunan.
4. Menjadi sebuah inovasi baru dalam pemanfaatan *BottomAsh* khususnya pada bidang nano material.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Nanoteknologi

Nanoteknologi adalah teknologi yang didasarkan pada rekayasa sifat-sifat material yang berukuran nanometer. Namun nanoteknologi tidak melulu bermakna pengecilan ukuran material atau piranti ke dalam skala nanometer. Misalkan material ukuran besar yang dimilling (ditumbuk) hingga mencapai ukuran nanometer. Langkah ini belumlah dikatakan nanoteknologi. Ketika ukuran material direduksi maka harus ada sifat-sifat baru yang dieksploitasi atau diciptakan, dan eksploitasi sifat baru itulah yang digolongkan nanoteknologi.

Pembedaan antara nanomaterial/nanopartikel dengan material/partikel konvensional tidak hanya didasarkan pada ukuran di mana salah satu mempunyai ukuran yang sangat kecil dan yang lain memiliki ukuran besar. Pengelompokan tersebut juga didasarkan pada seberapa besar/jenis rekayasa atau manipulasi yang dilakukan pada material/partikel tersebut untuk menghasilkan sifat atau fungsi baru. Jadi, nanoteknologi juga harus menyangkut juga rekayasa sifat dalam ukuran tersebut.

Sebagai ilustrasi sederhana, misalkan emas. Andaikan ketika emas diubah menjadi partikel dalam ukuran nanometer tidak mengubah sifat emas tersebut, atau sifat emas berukuran nanometer persis sama dengan sifat emas ukuran besar, maka nanopartikel emas tersebut tidak termasuk ranah nanoteknologi. Tetapi pengamatan menunjukkan bahwa emas dalam skala nanometer memperlihatkan sifat-sifat baru seperti menjadi sangat reaktif (dalam ukuran besar emas adalah

logam inert/sulit mengalami reaksi kimia), memiliki titik leleh yang turun drastis ketika ukurannya makin kecil, memancarkan warna yang berbeda bergantung pada ukuran. Ini berarti bahwa aplikasi emas dalam skala nanometer masuk dalam ranah nanoteknologi. Nanoteknologi lebih banyak dibangun atas pendekatan *bottom-up*, yaitu menyusun material mulai dari atom menjadi nanopartikel atau nanostruktur lainnya. Dengan pendekatan ini maka jumlah atom, jenis atom, maupun cara penyusunan atom-atom tersebut dapat dikontrol yang berimplikasi pada pengontrolan/rekayasa sifat material yang dihasilkan. Dengan kata lain, kita dapat membuat material dengan sifat yang benar-benar baru. Pendekatan secara *top-down* tidak banyak menggenerasi sifat baru dari material tersebut. Sifat baru material skala nanometer yang diproduksi dengan pendekatan *top-down* biasanya akan dihasilkan setelah dilakukan proses tambahan, misalnya doping nanomaterial yang dihasilkan dengan atom jenis lain, atau memberi perlakuan fisis atau kimiawi tambahan.

Hingga saat ini para ilmuwan masih mempercayai bahwa material dalam skala nanometer adalah material dengan dimensi di bawah 100 nm. Skala ini disepakati karena sudah ada material yang memperlihatkan sifat-sifat baru ketika ukurannya sekitar 100 nm. Namun, banyak juga material yang baru memperlihatkan sifat-sifat yang baru kalau ukurannya lebih kecil lagi hingga di bawah 10 nm. Contohnya adalah penurunan titik leleh logam dapat diamati ketika ukurannya di bawah 10 nm dan penurunan yang signifikan diamati ketika ukurannya di bawah 5 nm. Logam emas yang semula adalah material inert (sulit mengalami reaksi kimia) berubah menjadi sangat reaktif ketika ukurannya di bawah 3 nm (Abdullah, 2000).


2.2. Batu Bara

Batu Bara adalah salah satu sumber energi yang penting bagi dunia, yang digunakan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik hampir 40% di seluruh dunia. Di banyak negara angka-angka ini jauh lebih tinggi : Polandia menggunakan batu bara lebih dari 94% untuk pembangkit listrik; Afrika Selatan 92%; Cina 77%; dan Australia 76%. Batu bara merupakan sumber energi yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat di dunia di tahun-tahun belakangan ini lebih cepat daripada gas, minyak, nuklir, air dan sumber daya pengganti (World Coal Institute, 2004).



Gambar 2.1. Batubara (Sumber : Wikipedia)

Batu bara telah memainkan peran yang sangat penting ini selama berabad-abad – tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja dan semen, serta kegiatan-kegiatan industri lainnya (World Coal Institute, 2004).

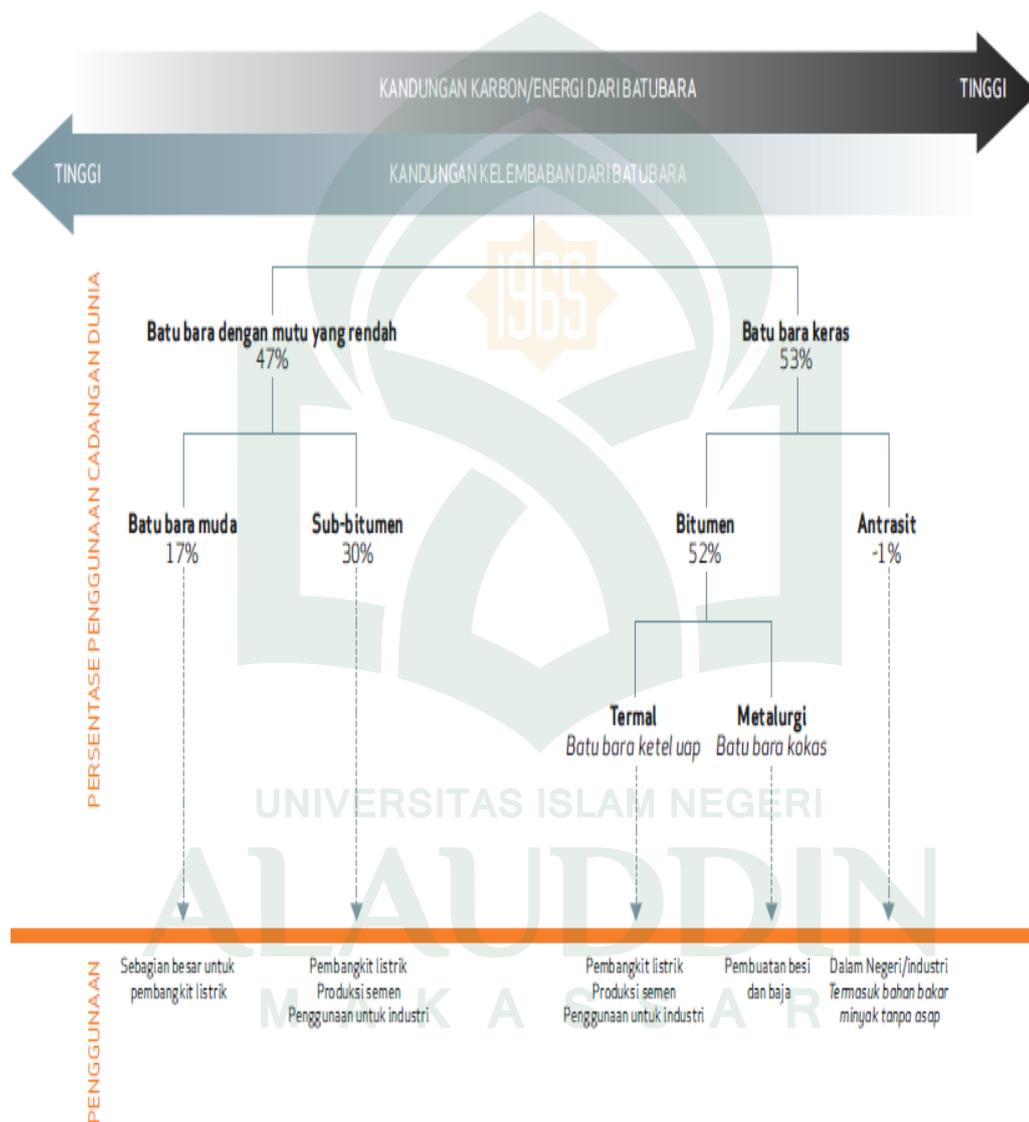

Gambar 2.2. Skema Penggunaan Batu Bara (Sumber : World Coal Institute)

Batu bara memainkan peran yang penting dalam membangkitkan tenaga listrik dan peran tersebut terus berlangsung. Saat ini batu bara menjadi bahan bakar

pembangkit listrik dunia sekitar 39% dan proporsi ini diharapkan untuk tetap berada pada tingkat demikian selama 30 tahun ke depan. Konsumsi batu bara ketel uap diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 1,5% per tahun dalam jangka waktu 2002-2030. Batubara muda, yang juga dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik, akan tumbuh sebesar 1% per tahun. Kebutuhan batu bara kokas dalam industri besi dan baja diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 0,9% per tahun selama jangka waktu tersebut (World Coal Institute, 2004).

Dewasa ini banyak industri telah mengganti sumber energi pada pembangkit listrik tenaga uap/boiler dari minyak dengan batubara sebagai akibat langkah dan mahal nya harga bahan bakar tersebut. Penggunaan batubara sebagai sumber energi pada unit pembangkit listrik tenaga uap akhir-akhir ini menjadi pilihan yang paling diminati oleh para pengusaha, karena disamping dapat menghemat biaya operasional juga ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia (Munir, 2012).

Tercatat pada tahun 2011 produksi batubara di Indonesia sebesar 415 juta ton dari total cadangan yang diperkirakan sebesar 34 milyar ton. Keberadaan batubara yang melimpah berbanding lurus dengan banyaknya industri yang menggunakan batubara sebagai sumber energinya, yang mana akan semakin terus berkembang (Aman, dkk. 2012).

Dengan banyaknya produksi dan penggunaan batu bara, sehingga mengakibatkan banyaknya pula hasil limbah dari batu bara tersebut. Berjalannya pengetahuan akan pengembangan material harus didampingi oleh pengetahuan

jaman prasejarah yang berubah bentuk akibat suhu dan tekanan tinggi sehingga mengalami proses perubahan fisik dan kimia. Secara umum, batubara terdiri dari unsur dasar yaitu karbon (C), oksigen (O) dan hidrogen (H) serta unsur lain seperti belerang (S), nitrogen (N) dan beberapa unsur logam pengotor yang terjebak saat pembentukan batubara. Di batubara juga dikenal beberapa istilah yang mewakili komposisi material penyusun batubara, seperti lengas (moisture), abu, zat terbang (volatile matter) dan karbon tetap (fixed carbon). Moisture atau lengas merupakan air yang terkandung dalam batubara. Total moisture yang terkandung dalam batubara terbagi menjadi inherent moisture dan surface moisture. Inherent moisture berasal dari pori-pori batubara yang terisi air secara alami, sedangkan surface moisture merupakan kandungan air yang berada di permukaan batubara saat ditambang dan diproses. Abu mewakili mineral (contohnya oksida logam seperti aluminium dan besi) yang terkandung di batubara yang terbentuk sebagai salah satu sisa hasil pembakaran batubara. Zat terbang (volatile matter) adalah gabungan zat organik dan anorganik yang mudah menguap saat pemanasan. Karbon tetap (fixed carbon) merupakan residu yang tersisa setelah moisture dan volatile matter dihilangkan. Nilai fixed carbon merupakan nilai murni penyusun batubara sesungguhnya yang terdiri dari unsur-unsur dasar yaitu karbon (C), oksigen (O) dan hidrogen (H). Semakin tinggi nilai fixed carbon maka semakin tinggi pula rank batubara (Kementrian PPN/Bappenas, 2016).

Mutu dari setiap endapan batubara ditentukan oleh suhu dan tekanan serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas organik. Perbedaan

tingkat maturitas organik dan lingkungan pembentukan akan mempengaruhi jenis dan kualitas batubara yang terbentuk (Kementerian PPN/Bappenas, 2016).

2.3. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. Bosowa Energi, Jeneponto

Secara administratif lokasi penelitian PT. Bosowa Energi, berada di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada koordinat 5037'45,6" LS dan 119033'12" BT (M. Yusuf, 2017).



Gambar 2.3. PLTU PT. Bosowa Energi (Sumber : Kanalsatu.com)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf pada tahun 2017 batubara yang digunakan pada PLTU PT Bosowa Energi disuplai dari 3 perusahaan yaitu PT. Kideco Jaya Agung, PT. Adaro Energi dan PT. Satyamitra Surya Perkasa. Batubara dari PT. Kideco Jaya Agung memiliki nilai kalori 4.502 kcal/kg. Batubara dari PT. Adaro Energi memiliki nilai kalori 4.866 Kcal/kg sedangkan batubara dari PT. Satyamitra Surya Perkasa memiliki nilai kalori 4.385 Kcal/kg (M. Yusuf, 2017).

Tercatat pada tahun 2016 kebutuhan batubara pada bulan april untuk unit I sebanyak 37.869,92 ton dengan beban yang dihasilkan sebesar 66.419,45 MW dan unit II sebanyak 37.844,06 ton dengan beban yang dihasilkan sebesar 62.535,71 MW (M. Yusuf, 2017).

2.4. Bottom Ash

Bottom ash adalah bahan buangan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit tenaga yang mempunyai ukuran partikel lebih besar dan lebih berat dari pada *fly ash*, sehingga *bottom ash* akan jatuh pada dasar tungku pembakaran (*boiler*) dan terkumpul pada penampung debu (*ash hopper*) lalu dikeluarkan dari tungku dengan cara disemprot dengan air untuk kemudian dibuang atau dipakai sebagai bahan tambahan pada perkerasan jalan (Santoso dkk, 2003).



Gambar 2.4. *Bottom Ash* (Sumber :Dokumentasi Pribadi)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faridah pada tahun 2012 terhadap persentasi unsur kimia *Bottom Ash* pada PLTU Paiton, didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1. Unsur Kimia *Bottom Ash* (Sumber : Faridah,2012)

| Unsur Kimia | <i>Bottom Ash</i> (%) |
|-------------|-----------------------|
| Si | 24.10 |
| Al | 6.80 |
| Fe | 33.59 |
| Ca | 26.30 |

2.5. Semen

Dari definisi Semen Portland (PC) dapat dilihat bahwa semen portland dibuat dari Cacareous seperti batu kapur (limestone atau chalk) dan bahan silika atau aluminium yang terdapat pada tanah liat (clay atau shale). Batu kapur mengandung komponen CaO, lempung mengandung komponen SiO₂ dan Al₂O₃ (oksida alumina) dan FeO₃ (oksida besi). Pada dasarnya proses pembuatan semen portland terdiri dari penggilingan, pencampuran menurut suatu proses tertentu dan pengawasan harus ketat. Dengan penggilingan dari klinker bulat yang berputar disertai pemanasan mencapai 1.450°C material akan menjadi klinker. Klinker ini dipindahkan dan digiling sampai halus (fine powder), disertai penambahan 3-5% gips (gypsum) untuk mengendalikan setting time akan menghasilkan semen portland yang siap untuk digunakan sebagai bahan pengikat dari campuran beton (ITS, 2016).

Secara diagram, pembentukan komponen karakteristik dari hidratisasi dari portland semen dapat di gambarkan sebagai berikut :

| | | | | | |
|-----------------------|------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ELEMEN | O | Si | Ca | Al | Fe |
| KOMPONEN OKSIDA | CaO | SiO | Al ₂ O ₃ | Fe ₂ O ₃ | |
| UNSUR (SENYAWA) SEMEN | | C ₃ S | C ₂ S | C ₃ A | C ₄ AF |
| SEMEN PORTLAND | TYPE | I | II | III | IV V |

HASIL HIDRASI

C-S-H (gel)

Ca(OH)₂

Gambar 2.5. Pembentukan komponen karakteristik dan hidratisasi dari portland semen

2.6. Waktu Ikat (*Setting Time*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui waktu pengikatan semen. Sebelum pelaksanaan pengujian waktu ikat dilakukan, perlu dilakukan pengujian konsistensi normal semen (R Ariyanto dkk, 2014).



Gambar 2.6. Alat *Setting Time* (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

2.7. Konsistensi Normal (*Vicat*)

Konsistensi normal merupakan presentasi air yang dibutuhkan semen agar terhidrasi secara sempurna. Pengujian dilakukan untuk mengetahui perbedaan kadar air yang dibutuhkan pada tiap jenis semen (Dion Aji Fadillah, 2014).



Gambar 2.7. Alat *Vicat*(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

2.8.Mortar

Mortar adalah campuran dari bahan pengikat seperti semen, bahan pengisi seperti pasir dan air. Fungsi dari mortar itu sendiri adalah sebagai bahan pengikat antara bata dengan bata yang lainnya.



Gambar 2.8. Mortar (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Mortar merupakan salah satu bahan material hasil mix yang berperan penting khususnya dalam bidang konstruksi pembangunan, secara garis besar parameter kualitas jaminan mutu dari *mortars* sama halnya dengan beton, yaitu kualitas terhadap kuantitas kuat tekan.

2.9. Kuat Tekan Mortar

Pemakaian *dolocid* pada bahan mortar semakin disukai untuk pasangan dan plasteran. Mortar menjadi menjadi lebih plastis. Mudah dikerjakan, sehingga hasilnya menjadi bagus. Walaupun sudah banyak dipakai, tetapi kuat tekannya belum diketahui. Hasilnya, ada perbedaan yang signifikan kuat tekan kubus mortar yang dibuat dari campuran *dolocid* dengan yang tidak (Jirna, 1997).

Kekuatan tekan merupakan kemampuan suatu medium untuk menerima gaya tekan untuk tiap satuan luasnya. Kuat tekan baik pada mortar maupun beton merupakan sebuah salah satu parameter dalam pengidentifikasian mutu dari sebuah struktur pada mortar dan beton tersebut. Blaise Pascal merupakan seorang fisikawan yang pertama kali mencetuskan dasar pemahaman akan kuat tekan pada sebuah medium.



Gambar 2.9. Alat Uji Kuat Tekan (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian dan Tempat

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai 24 Februari 2018 untuk pengambilan sampel *BottomAsh* dan 5 Agustus – 30 Oktober 2018 untuk tahap preparasi hingga tahap akhir penelitian.

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian yaitu PLTU Bosowa Jeneponto Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala untuk pengambilan sampel *BottomAsh*. PT Semen Tonasa-Laboratorium Quality Assurance (QA) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Kecamatan Bungoro Desa Biringere untuk proses preparasi sampel hingga tahap akhir. Dan Universitas Hasanuddin, Fakultas MIPA Science Building untuk pengujian X-Ray Diffraction (XRD).

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengambilan Sampel *BottomAsh*

1. Karung (1 buah)
2. Sekop (1 buah)

b. Penggilingan Sampel

1. Disk Mill, tipe DM 200 buatan Jerman produksi 2016 dengan spesifikasi alat 320-400 Volt, 50 Hz, RETSCH.

2. Crusher Mill, tipe BB 200 buatan Jerman produksi 2016 dengan spesifikasi alat 400 Volt, 50 Hz, 1500 Watt, RETSCH.
3. Grinding Mill, Model C6T14FC7C dengan spesifikasi alat 50 Hz, 220/380/440 Volt, Speed 1.425 rpm, LEESON.
4. Kuas (1 buah).
5. Sendok Besi (1 buah).
6. Plastik Sampel (9 buah).
7. Timbangan Digital dengan ketelitian 0.01 gr Max 4.200 gr. Buatan Amerika model PA4202, 8-14.5 Volt, 50-60 Hz, 4 Watt (1 buah).

c. Uji Kuat Tekan

1. Timbangan Digital dengan ketelitian 0.01 gr Max 4.200 gr. Buatan Amerika model PA4202, 8-14.5 Volt, 50-60 Hz, 4 Watt (1 buah).
2. Gelas ukur dengan kapasitas 250 ml (1 buah).
3. Alat Mixer, tipe SIEMENS TD 200, produksi oleh Toni Teknik (ToniMIX) (1 buah).
4. Pengaduk (1 buah).
5. Mangkuk aduk (1buah).
6. Batang penumbuk dengan spesifikasi, tidak menyerap air, tidak aus, tidak rapuh, permukaan harus rata dan tajam pada sudut-sudutnya (1 buah).
7. Besi perata cetakan (1 buah).
8. Kubus cetakan ukuran 5 x 5 x 5 cm dari besi (2 buah/sampel).
9. Mesin penguji kuat tekan merek Machine Compact M.059, produksi oleh Italy.
10. Kuas besar (1 buah).
11. Kuas kecil (1 buah).

f. *SettingTime* (Waktu Ikat) Dan Konsistensi Normal (*Vicat*).

1. Timbangan Digital dengan ketelitian 0.01 gr Max 4.200 gr. Buatan Amerika model PA4202, 8-14.5 Volt, 50-60 Hz, 4 Watt (1 buah).
2. Gelas ukur dengan kapasitas 250 ml (1 buah).
3. Alat *Vicat* (1 buah).
4. Alat Mixer, tipe SIEMENS TD 200, produksi oleh Toni Technik (ToniMIX) (1 buah).
5. Pengaduk (1 buah).
6. Mangkuk aduk (1buah).
7. Besi Perata cetakan (1 buah).
8. Cetakan Prisma (1 buah).
9. Alas cetakan (1 buah).
10. Stopwatch (1 buah).
11. Alat *SettingTime* (1 buah).

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Semen merek Tonasa, tipe Ordinary Portland Composite (OPC).
- b. *BottomAsh*.
- c. Pasir Silika, standar ASTM C778 produksi US SILICA, Amerika (USA).
- d. Air Aquadest.
- e. Minyak oles.

3.3. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini prosedur yang akan dilakukan meliputi pengambilan bahan dasar *BottomAsh*, serta preparasi semen dengan skala nanometer dalam pengkodean sampel yang masing-masing disintesis dengan menggunakan nano *BottomAsh*.

3.3.1. Persiapan Dan Preparasi Bahan Dasar

a. Pengambilan sampel *BottomAsh*

1. Menyiapkan karung sebagai wadah pengambilan sampel.
2. Menggunakan sekop untuk mengambil sampel *BottomAsh*.

b. Semen tipe OPC

Sampel semen yang digunakan merupakan yang berasal dari Laboratorium Quality Assurance (QA).

3.3.2 Prosedur Kerja

a. Penggilingan Sampel *BottomAsh*.

1. Disk Mill

1. Menyiapkan sampel yang akan di giling.
2. Memastikan alat dan perangkat pendukung disk mill berada dalam keadaan bersih.
3. Menyalakan alat terlebih dahulu.
4. Masukkan sampel sebanyak 30 gram dengan menggunakan sendok besi besar, tujuannya adalah untuk membersihkan alat ataupun kontaminasi dari material lain.
4. Membuang sampel gilingan pertama.
5. Masukkan sampel ke dalam alat disk mill sebanyak 300 gr selama 15 menit.
6. Mematikan alat, lalu membuka wadah hasil penggilingan.

7. Memasukkan sampel hasil penggilingan ke dalam plastik sampel yang telah di persiapkan sebelumnya.
8. Mengulangi langkah 3 sampai 7 untuk penggilingan sampel hingga habis.

2. Crusher Mill

1. Di khususkan untuk sampel berukuran 0.5 hingga 3 cm.
2. Masukkan sampel sebanyak 30 gram dengan menggunakan sendok besi besar, tujuannya adalah untuk membersihkan alat ataupun kontaminasi dari material lain.
3. Membuang sampel gilingan pertama.
4. Masukkan sampel ke dalam alat Crusher mill sebanyak 300 gram untuk sekali giling selama 15 menit.
5. Mematikan alat setelah 15 menit penggilingan, lalu membuka wadah hasil penggilingan.
6. Memasukkan sampel hasil penggilingan ke dalam plastik sampel yang telah di persiapkan sebelumnya.
7. Mengulangi langkah 2 sampai 6 untuk penggilingan sampel hingga habis.

3. Grinding Mill

1. Menimbang sampel *BottomAsh* terlebih dahulu dengan masing-masing sebesar 5 kg pada timbangan digital untuk tiap pengkodean sampel (SP) sebanyak 8 jenis sampel.
2. Membersihkan terlebih dahulu bola besi gilingan (Ball Mill) dengan menggunakan kuas.
3. Memasukkan bola gilingan ke dalam alat Grinding Mill.
4. Memasukkan sampel gilingan berupa *BottomAsh* ke dalam alat.

5. Mengatur waktu gilingan selama 5.400 menit untuk gilingan pertama, dan penggilingan ini dilakukan sebanyak tiga kali, sehingga lama total penggilingan di lakukan selama 5.400 menit x 3 kali.
6. Setelah alat mati, mengambil sampel dan memasukkannya ke dalam plastik sampel yang telah di siapkan sebelumnya.
7. Mengulangi langkah 1 hingga 6 untuk penggilingan sampel semen dengan lama waktu penggilingan 5.400 menit x 1.5 kali.

4. Homogenisasi sampel nano *BottomAsh* dan nano semen

1. Berat sampel nano *BottomAsh* berdasarkan 5% - 40% dengan interval 5% yang merupakan berat dari 5 kg berat nano semen.
2. Menimbang sampel nano semen sebesar 4.75 kg dan nano *BottomAsh* sebesar 0.25 kg (5% berat total sampel nano semen + nano *BottomAsh*) untuk kode sampel SP1.
3. Memasukkan kedua jenis sampel ke dalam alat grinding mill.
4. Mengatur waktu gilingan selama 5.400 menit untuk gilingan pertama, dan penggilingan ini dilakukan sebanyak tiga kali, sehingga lama total penggilingan di lakukan selama 5.400 menit x 3.
5. Setelah alat mati, mengambil sampel dan memasukkannya ke dalam plastik sampel yang telah di siapkan sebelumnya.
6. Mengulangi langkah 2 hingga 5 untuk berat jenis sampel 10% - 40% dengan interval 5% dari berat total sampel untuk kode sampel SP2 – SP8.

b. Uji Kuat Tekan *Mortar*

1. Menimbang sampel SP 1 sebanyak 500 gram (Untuk cetakan 6 kubus).
2. Menimbang pasir silika Ottawa sebanyak 1.375 gram.

3. Menyiapkan air sebanyak 270 ml (Untuk tipe semen PPC).
4. Meletakkan pengaduk dan mangkok kering pada alat Mixer yang telah disiapkan.
5. Memasukkan air dan semen ke dalam mangkuk.
6. Menjalankan mixer pada kecepatan rendah (65 ± 5) putaran per menit selama 30 detik pertama.
7. Menuangkan pasir secara perlahan dalam selang waktu 30 detik, sambil diaduk dengan kecepatan rendah.
8. Menambah kecepatan pengaduk sebesar (135 ± 5) putaran per menit setelah 60 detik pertama selama 30 detik.
9. Menghentikan alat mixer setelah mencapai 90 detik pertama sambil mendinginkan sampel selama 1.5 menit.
10. Kemudian memutar kembali pengaduk selama 30 detik dengan kecepatan (135 ± 5) putaran per menit.
11. Setelah alat mati, mengambil mangkuk pada alat.
12. Membiarkan mortar selama 90 detik dalam mangkuk.
13. Selama selang waktu 15 detik pertama, segera membersihkan mortar yang menempel pada dinding mangkuk.
14. Menyiapkan dan mengoles minyak pada cetakan kubus 5 x 5 x 5 cm.
15. Menuang mortar sampai kira-kira setengah cetakan kubus.
16. Menumbuk mortar dengan menggunakan alat tumbuk dengan sebanyak 32 kali selama ± 10 detik.
17. Menuang sisa adukan ke dalam cetakan lalu menumbuk kembali.
18. Mortar yang keluar cetakan, dikembalikan pada tiap 8 kali tumbukan.

19. Setelah proses penumbukan selesai, meratakan permukaan mortar dengan menggunakan besi perata cetakan hingga halus dan sama rata dengan permukaan cetakan kubus tersebut.
20. Meletakkan benda uji kedalam ruang lembab selama 20-24 jam.
21. Setelah itu, membuka cetakan.
22. Merendam sampel mortar ke dalam air kapur jenuh selama waktu kontrol 3,7 dan 28 hari pendiaman.
23. Apabila telah tiba seperti waktu yang telah di tentukan, maka selanjutnya mengeluarkan mortar dan menyeka mortar dengan kain bersih.
24. Setelah itu, menguji kuat tekan pada mortar dengan menggunakan alat uji kuat tekan.
25. Mengulangi langkah 1 hingga 23 untuk kode sampel SP1-SP8 dan Blanko semen.

c. Vicat

1. Menimbang sampel semen sebesar 650 gr.
2. Mengukur air aquadest secukupnya.
3. Meletakkan mangkuk dan pengaduk ke dalam alat mix.
4. Masukkan air dan semen ke dalam mangkuk dan mendinginkan selama 30 detik hingga campuran terserap.
5. Menjalankan alat mix dengan kecepatan awal 65 rpm selama 30 det6. Setelah itu, matikan alat selama 15 detik.
- h.7. Menjalankan alat mix dengan kecepatan 130 rpm selama 60 detik.
8. Mematikan alat dan mengeluarkan mangkuk dari alat mix.
9. Segera membentuk pasta semen menjadi bentuk silinder.

10. Memasukkan pasta semen ke dalam cetakan prisma.
11. Meletakkan cetakan pada alat *Vicat* dan mengatur waktu selama 30 detik.
12. Mencatat hasil penunjukkan skala pada *Vicat*.
13. Mengulangi langkah 1 hingga 12 untuk kode sampel SP2-SP8 dan Blanko Semen.

d. Waktu Ikat Semen (*SettingTime*)

1. Memasukkan sampel yang telah di uji *Vicat* ke dalam alat *SettingTime*.
2. Mengatur waktu interval jarum selama 10 menit.
3. Menjalankan alat.
4. Apabila pasta semen telah mengeras dan jarum sudah tidak dapat menembus sampel, mematikan alat.
5. Mencatat jumlah garis terbaca pada kertas grafik dan menghitung jumlah lubang keseluruhan pada sampel.
6. Mengulangi langkah 1 hingga 5 untuk kode sampel SP2-SP8 dan Blanko Semen.

e. X-Ray Diffraction (XRD)


1. Mengambil sampel semen dan *PozzolanBottomAsh* untuk di masukkan ke dalam plat aluminium.
2. Selanjutnya plat aluminium yang berisi sampel akan dikarakteristik oleh XRD-RIGAKU MINIFLEX dengan panjang gelombang 1.54 Angstrom yang bersumber dari Cu-Ka1.

3. Menembakkan sinar X menuju sampel, sehingga membuat detektor sesuai dengan rentang 2θ yang digunakan. Selanjutnya setelah menembakkan maka akan terbaca di monitor komputer grafik difratogram.




3.4. Bagan Alir Penelitian

3.4.1. Persiapan Bahan Dasar

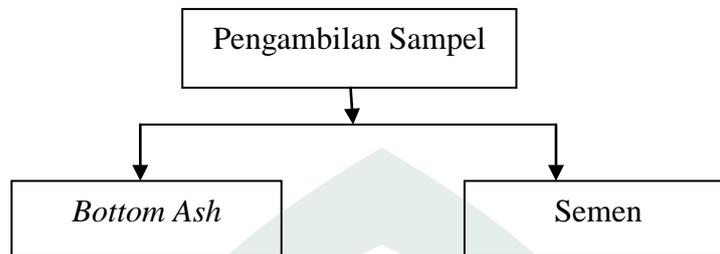

3.4.2. Preparasi Dan Pengujian Sampel

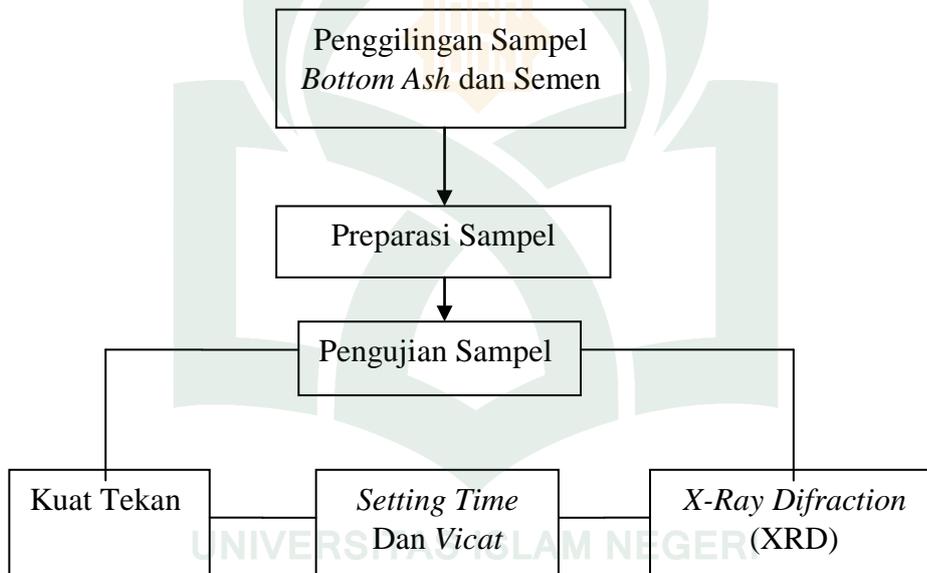

Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari pengambilan sampel limbah batubara yaitu *BottomAsh* yang bertempat di PLTU Bosowa Jeneponto Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala. Preparasi, pencetakan dan karakterisasi dilakukan di PT Semen Tonasa-Laboratorium Quality Assurance (QA) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Kecamatan Bungoro Desa Biringere, serta karakterisasi struktur ukuran sampel dengan pengujian XRD di Universitas Hasanuddin, Fakultas MIPA Science Building.

Sampel uji di beri kode sebagai berikut , SP1 , SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, Blanko (nano semen). Hal ini menjadi terbedakan atas persentasi dari kadar nano *BottomAsh* untuk masing-masing SP, dengan 5% BA untuk SP1, 10% BA untuk SP2, 15% BA untuk SP3, 20% BA untuk SP4, 25% BA untuk SP 5, 30% BA untuk SP6, 35% BA untuk SP7, 40% BA untuk SP8 dan 0% BA untuk Blanko. Perlu diketahui bahwa Blanko semen pada penelitian ini merupakan semen dengan tipe *OrdinaryPortlandComposite* (OPC), yang mana apabila ditambahkan dengan *Pozzolan* seperti *BottomAsh* akan berubah menjadi tipe semen *PortlandPozzolanComposite* (PPC). Dengan pengukuran berganda dilakukan pada uji kuat tekan dengan masing-masing dua sampel mortar pada waktu kontrol hari pendiaman dan pengukuran tunggal pada pengujian *Setting Time* dan *Vicat* untuk masing-masing kode sampel.

Untuk beberapa tahap preparasi, sampel *BottomAsh* dan Semen dengan Tipe *OrdinaryPortlandComposite* (OPC) digiling dengan beberapa tahap penggilingan hingga sampai pada tahap karakterisasi sampel seperti Uji Kuat Tekan, Waktu Ikat (*SettingTime*) dan *Vicat*, *X-Ray Diffraction* (XRD). Perlu di ketahui bahwa jenis semen tipe *Portland* berdasarkan SK SNI 15-2049-2004 terbagi menjadi 5 bagian, yaitu :

1. Jenis I yaitu semen *Portland* untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis lain.
2. Jenis II yaitu semen *Portland* yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang.
3. Jenis III semen *Portland* yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi.
4. Jenis IV yaitu semen *Portland* yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah.
5. Jenis V yaitu semen *Portland* yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat.


4.1. Uji Kuat Tekan

Tabel 4.1. Nilai Kuat Tekan Mortar Nano Semen Dengan Penambahan Nano
BottomAsh

| Kode Sampel | No | Kuat Tekan Sampel Mortar | | | | | |
|--------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Waktu Kontrol Umur Pendiaman (Hari) | | | | | |
| | | 3 | | 7 | | 28 | |
| | | F Gaya (kN) | Tekanan (MPa) | F Gaya (kN) | Tekanan (MPa) | F Gaya (kN) | Tekanan (MPa) |
| Blanko BA 0% | 1 | 62.43 | 250 | 95.91 | 384 | 100.38 | 402 |
| | 2 | 63 | 252 | 79.45 | 317 | 97.29 | 389 |
| | Median | 62.715 | 251 | 87.68 | 350.5 | 98.835 | 395.5 |
| SP 1 BA 5% | 1 | 61.59 | 245 | 93.06 | 372 | 89.43 | 358 |
| | 2 | 64.38 | 258 | 79.53 | 328 | 100.14 | 401 |
| | Median | 62.985 | 251.5 | 86.295 | 350 | 94.785 | 379.5 |
| SP 2 BA 10% | 1 | 49.77 | 199 | 70.67 | 283 | 73.47 | 294 |
| | 2 | 48.08 | 194 | 64.35 | 257 | 78.92 | 316 |
| | Median | 48.925 | 196.5 | 67.51 | 270 | 76.195 | 305 |
| SP 3 BA 15% | 1 | 62.88 | 252 | 80.67 | 323 | 101.76 | 405 |
| | 2 | 51.56 | 206 | 82.35 | 330 | 108.8 | 435 |
| | Median | 57.22 | 229 | 81.51 | 326.5 | 105.28 | 420 |
| SP 4 BA 20% | 1 | 43.89 | 176 | 65.37 | 262 | 78.12 | 312 |
| | 2 | 41.85 | 167 | 68.82 | 275 | 81.57 | 326 |
| | Median | 42.87 | 171.5 | 67.095 | 268.5 | 79.845 | 319 |
| SP 5 BA 25% | 1 | 36.12 | 144 | 63.57 | 254 | 86.31 | 345 |
| | 2 | 32.39 | 130 | 60.91 | 244 | 84.57 | 338 |
| | Median | 34.255 | 137 | 62.24 | 249 | 85.44 | 341.5 |
| SP 6 BA 30% | 1 | 35.45 | 142 | 53.67 | 215 | 73.56 | 294 |
| | 2 | 32.88 | 132 | 53.64 | 214 | 67.11 | 268 |
| | Median | 34.165 | 137 | 53.655 | 214.5 | 70.335 | 281 |
| SP 7 BA 35% | 1 | 38.46 | 154 | 52.8 | 211 | 71.34 | 285 |
| | 2 | 37.32 | 149 | 50.49 | 202 | 76.41 | 306 |
| | Median | 37.89 | 151.5 | 51.645 | 206.5 | 73.875 | 295.5 |
| SP 8 BA 40% | 1 | 45.96 | 184 | 57 | 228 | 74.88 | 300 |
| | 2 | 42.09 | 168 | 53.46 | 214 | 72.63 | 290 |

| | | | | | | |
|--------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|
| Median | 44.025 | 176 | 55.23 | 221 | 73.755 | 295 |
|--------|--------|-----|-------|-----|--------|-----|


Dari tabel 4.1 menunjukkan beberapa hasil kuat tekan yang varian berdasarkan persentasi komposisi nano *BottomAsh* terhadap nano semen dengan waktu kontrol masing-masing 3, 7 dan 28 hari. Yang dapat diperjelas dengan grafik sebagai berikut :

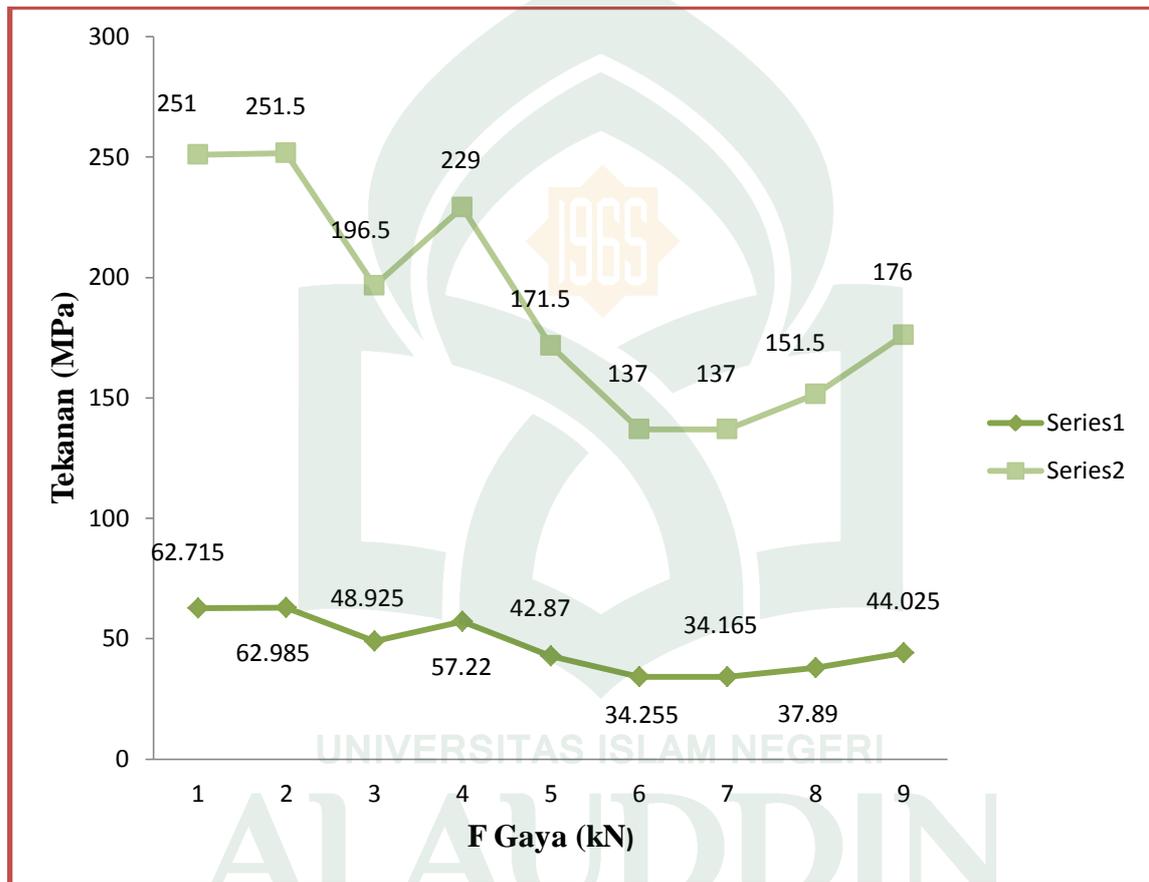

Gambar 4.1. Grafik Kuat Tekan Mortar Nano Semen Dengan Penambahan Nano *BottomAsh* Dengan Waktu Kontrol 3 Hari

Grafik 4.1 merupakan grafik penjelasan hubungan antara Gaya Tekan terhadap kuat tekan yang telampir pada tabel 4.1 dengan waktu kontrol 3 hari. Di mulai dengan Blanko (1) hingga SP8 (9). Dapat dilihat bahwa adanya ketidak linieran terhadap kenaikan intensitas kuat tekan berdasarkan persentasi kandungan komposisi nano *BottomAsh*.


Dengan kuat tekan terbesar berada pada komposisi nano *BottomAsh* 5% untuk SP1 sebesar 251.5 MPa diikuti oleh Blanko 0% nano *BottomAsh* sebesar 251 MPa. Dengan kuat tekan terendah berada pada persentasi nano *BottomAsh* 25% dan 30% untuk SP5 dan SP6 dengan masing-masing 137 MPa. Dan untuk selanjutnya kenaikan justru terjadi pada SP7 dan SP8. Hal ini diindikasikan bahwa ketidaklinieran kuat tekan juga dapat terjadi pada mortar dengan waktu kontrol hari yang cukup singkat, dikarenakan pengikatan sesama material penyusun semen Portland Pozzolan yang memerlukan waktu kontrol hari jangka panjang dikarenakan reaksi pengikatan antara air dengan Pozzolan tidak secepat semen dan air. Sehingga pendekatan kuat tekan terbesar antara sampel terjadi pada median nilai kuat tekan sampel kode Blanko BA 0% dengan SP1 BA 5% yang memiliki persentasi terendah *Bottom Ash*.

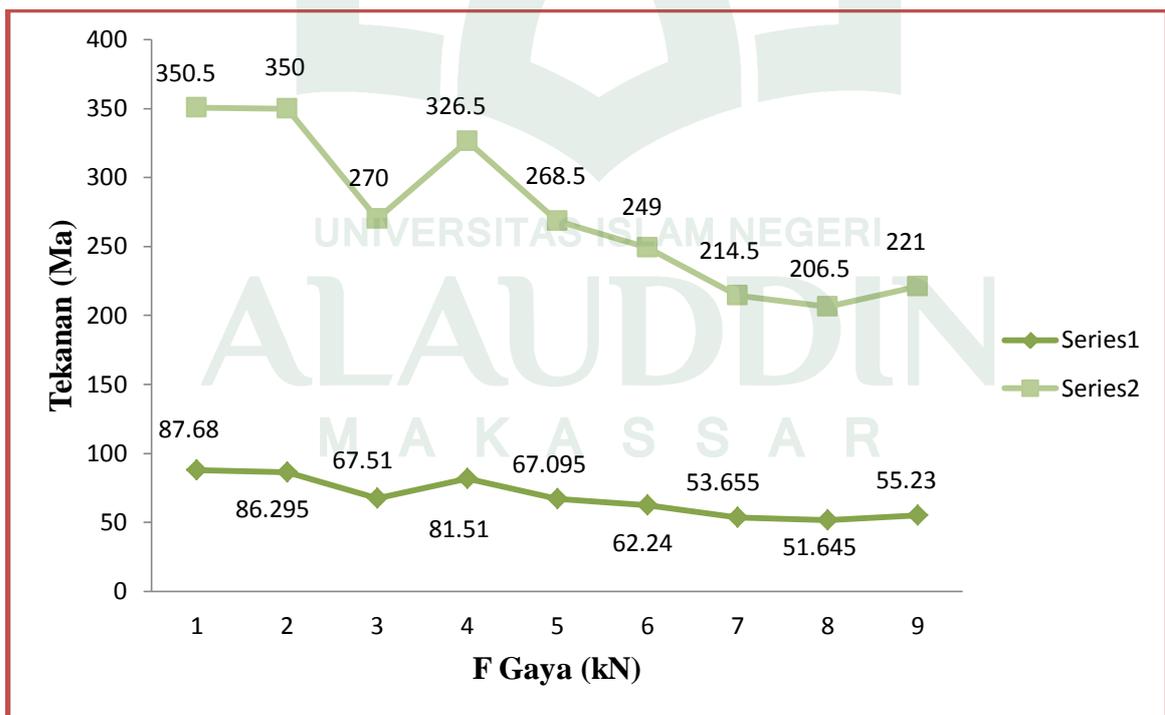

Gambar 4.2. Grafik Kuat Tekan Mortar Nano Semen Dengan Penambahan Nano *BottomAsh* Dengan Waktu Kontrol 7 Hari

Grafik 4.2 merupakan grafik hubungan antara gaya tekan dengan kuat tekan mortar nano semen dengan penambahan nano *BottomAsh* pada waktu kontrol 7 hari dengan masing-masing perbedaan persentasi nano *BottomAsh* terhadap tiap kode sampel SP.

Dengan nilai kuat tekan tertinggi berada pada kode sampel blanko (1) dengan 0% nano *BottomAsh*. Diikuti oleh nilai kuat tekan SP1 (2) sebesar 350 MPa, dengan selisih 0.5 MPa terhadap Blanko semen. Dengan nilai kuat tekan terendah berada pada SP7 (8) dengan komposisi 35% nano *BottomAsh* yaitu 260.5 MPa. Dimana pada waktu kontrol ini juga tidak terjadi kelinieran, akan tetapi dengan bertambahnya lama waktu kontrol hari meningkatkan pula nilai kuat tekan terhadap mortar.

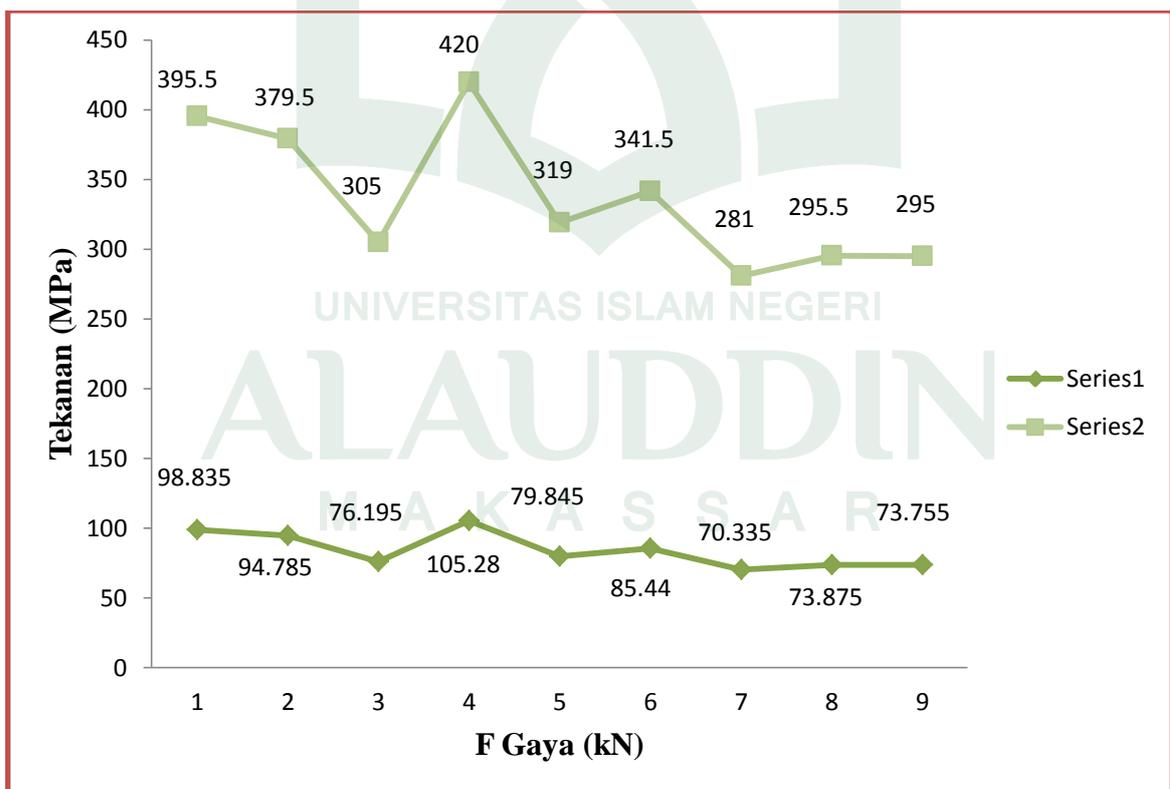

Gambar 4.3. Grafik Kuat Tekan Mortar Nano Semen Dengan Penambahan Nano *BottomAsh* Dengan Waktu Kontrol 28 Hari

Grafik 4.3 merupakan grafik hubungan antara gaya tekan dengan kuat tekan terhadap mortar nano semen dengan penambahan nano *BottomAsh* dengan waktu kontrol 28 hari. Hal ini dikarenakan pengikatan Pozzolan, semen dan air telah mencapai puncak pengikatan, kenaikan kuat tekan berdasarkan penelitian ini terjadi secara linier terhadap peningkatan lamanya waktu kontrol hari. Dimana persentasi kenaikan kuat tekan berada pada SP3 (4) dengan komposisi nano *BottomAsh* sebesar 15% dari berat nano semen yaitu sebesar 420 MPa. Yang dimana kenaikan ini sangat berbeda jauh dengan kenaikan kuat tekan nano semen Blanko dengan 0% nano *BottomAsh* yaitu sebesar 395.5 MPa. Ini diindikasikan bahwa peran *Pozzolan Bottom Ash* tidak lebih sebagai pengisi tetapi bukan sebagai material utama pengikat antara semen tipe *Portland Pozzolan* dengan air. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa, kenaikan puncak dari suatu mortar dengan bahan dasar nano semen dan penambahan nano *BottomAsh* berada pada persentasi SP3 yaitu 15%. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya terhadap penggunaan nano *FlyAsh* sebagai *Pozzolan* yang puncak kuat tekan terjadi pada komposisi 10% untuk 28 hari dan terjadi penurunan kuat tekan pada persentasi selebihnya.

4. 2. Vicat Dan Waktu Ikat (*SettingTime*)

Metode uji ini digunakan untuk menentukan jumlah air yang dibutuhkan pada penyiapan pasta semen hidrolis untuk pengujian. Dan sebagai penentu awal dari pengujian Waktu Ikat (*SettingTime*) dan *AutoClave*. Yang secara dapat ditunjukkan data dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2. Nilai Vicat Nano Semen Dengan Penambahan Nano *BottomAsh* (PPC)

| No | Kode Sampel | Volume Air (ml) | Penunjukkan Skala Alat Vicat | Hasil <i>SettingTime</i> | |
|----|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | Jumlah Lubang x 10'' | Jumlah Garis Skala x 10'' |
| 1 | Blanko BA 0% | 160 | 9 | 130 | 40 |
| 2 | SP 1 BA 5% | 173 | 8 | 80 | 30 |
| 3 | SP 2 BA 10% | 160 | 10 | 100 | 30 |
| 4 | SP 3 BA 15% | 174 | 10 | 90 | 30 |
| 5 | SP 4 BA 20% | 170 | 10 | 80 | 30 |
| 6 | SP 5 BA 25% | 161 | 9 | 90 | 30 |
| 7 | SP 6 BA 30% | 170 | 10 | 200 | 80 |
| 8 | SP 7 BA 35% | 171 | 8 | 130 | 50 |
| 9 | SP 8 BA 40% | 173 | 8 | 140 | 50 |
| | Median | 169 | 9,125 | 113,75 | 41,25 |

Pada tabel 4.2 memperlihatkan hubungan antara penunjukan skala Vicat dengan volume air yang digunakan dalam pembuatan pasta semen. Adanya perbedaan volume air ini diakibatkan pengerasan pasta dengan begitu cepat pada saat pengerjaannya. Dengan rata-rata penunjukan skala Vicat 9,125 mm untuk penggunaan rata-rata air 169 ml. Berdasarkan SK SNI untuk penunjukan skala Vicat berada pada interval 9-11 mm, sehingga pada data penelitian yang telah dilakukan telah memenuhi syarat. Diikuti oleh karakterisasi sifat fisika dalam

waktu pengerasan atau *SettingTime*, dimana untuk rata-rata *FirstSetting* untuk semen kode sampel SP sebesar 41,25 menit dan rata-rata *FinalSetting* kode sampel SP sebesar 113,75 menit. Berdasarkan SK SNI 15-2049-2004 untuk *FinalSetting* harus memenuhi syarat minimal 45 menit dan *FinalSetting* sebesar 375 menit. Adanya perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian ini dengan SK-SNI dikarenakan faktor oleh tingkat kehalusan sampel SP yang begitu halus yang ditunjukkan pada tabel 4.3 dan 4.4 disertai dengan ukuran semen dan *PozzolanBottomAsh* yang mencapai skala nanometer.

4.3. Analisa Struktur Ukuran dengan X-Ray Difrraction (XRD)

Pengujian karakterisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi ukuran bulir dari semen dan *Pozzolan Bottom Ash* yang digunakan. Yang mana detail data penelitian karakterisasi XRD ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3. Analisis Ukuran Sampel Semen OPC (Blanko)

| Kode Sampel | Puncak Ke | 2θ (°) | Θ | $\text{Cos } \theta$ | K | λ (Å = 10^{-10} m) | β | L (nm) | Median Bulir Kristal (nm) |
|-------------|-----------|---------------|----------|----------------------|------|------------------------------|---------|-------------|---------------------------|
| Semen OPC | 1 | 32,2942 | 16,1471 | 0,960550863 | 0,94 | 1,5406 | 0,3224 | 4,676299813 | 4,798308993 |
| | 2 | 32,68 | 16,34 | 0,959609116 | 0,94 | 1,5406 | 0,2896 | 5,211045014 | |
| | 3 | 29,4908 | 14,7454 | 0,967066377 | 0,94 | 1,5406 | 0,3281 | 4,564100858 | |
| | 4 | 34,441 | 17,2205 | 0,955172499 | 0,94 | 1,5406 | 0,3033 | 4,998774284 | |
| | 5 | 41,3434 | 20,6717 | 0,935618508 | 0,94 | 1,5406 | 0,3205 | 4,829374772 | |
| | 6 | 51,8069 | 25,90345 | 0,899531476 | 0,94 | 1,5406 | 0,2882 | 5,586083281 | |
| | 7 | 62,3526 | 31,1763 | 0,855578465 | 0,94 | 1,5406 | 0,4547 | 3,722484928 | |

Tabel 4.4. Analisis Ukuran Sampel *Pozzolan Bottom Ash*

| Kode Sampel | Puncak Ke | 2θ (°) | Θ | $\text{Cos } \theta$ | K | λ (Å = 10^{-10} m) | β | L (nm) | Median Bulir Kristal (nm) |
|-------------------|-----------|---------------|----------|----------------------|------|------------------------------|---------|-------------|---------------------------|
| Bottom Ash | 1 | 26,9684 | 13,4842 | 0,235343687 | 0,94 | 1,5406 | 0,2147 | 28,66045955 | 22,4082257 |
| | 2 | 35,9752 | 17,9876 | 0,313942845 | 0,94 | 1,5406 | 0,4462 | 10,33802534 | |
| | 3 | 31,5966 | 15,7983 | 0,275732351 | 0,94 | 1,5406 | 0,3386 | 15,51111684 | |
| | 4 | 30,1926 | 15,0963 | 0,26348014 | 0,94 | 1,5406 | 0,286 | 19,21780705 | |
| | 5 | 21,2038 | 10,6019 | 0,185038062 | 0,94 | 1,5406 | 0,2015 | 38,84021502 | |
| | 6 | 24,3383 | 12,16915 | 0,212391735 | 0,94 | 1,5406 | 0,2615 | 26,07404688 | |
| | 7 | 35,42 | 17,71 | 0,309097811 | 0,94 | 1,5406 | 0,2572 | 18,21590925 | |

Tabel 4.3 dan 4.4 merupakan tabel yang menunjukkan masing-masing dari ukuran sampel semen dan *Pozzolan Bottom Ash*. Dimana pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk ukuran semen sebesar 4,8 nm dan 22,5 nm untuk *Pozzolan Bottom Ash*. Dimana syarat suatu material dikatakan nanometer apabila ukurannya mencapai 1-100 nm, sehingga kedua sampel pada penelitian ini telah memenuhi syarat sebagai material nano.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pengaruh ukuran bulir suatu semen dan *Pozzolan* dapat mempengaruhi kenaikan kuat tekan dan percepatan pengerasan suatu pasta semen. Hal ini diindikasikan bahwa semakin kecil suatu semen ataupun *Pozzolan* juga dapat meningkatkan kepadatan suatu sampel yang dibentuk baik berupa mortar maupun pasta semen. Sehingga dengan ukuran nanometer ini pula juga memudahkan dalam hal bereaksi dengan air, dikarenakan luasan bidang yang kecil sehingga pengikatan sesama semen maupun

Pozzolan dan air terjadi dengan cepat dan kompak. Peningkatan kecepatan pengerasan ini mengartikan bahwa kekompakan material penyusun sehingga terbentuk sampel objek yang memiliki lebih sedikit pori-pori, permeabilitas rendah, kuat tekan yang tinggi dibandingkan semen dan *Pozzolan* normal. Sehingga dengan di dapatkannya ukuran bulir nano semen sebesar 4.8 nm dan nano *Pozzolan Bottom Ash* sebesar 22.5 nm meningkatkan kuat tekan mortar pada persentasi kadar *Pozzolan* sebesar 15% yaitu pada kode sampel SP3 BA 15% dengan median kuat tekan sebesar 420 MPa pada puncak waktu kontrol 28 hari dan pengikatan semen terhadap reaksi dengan air sebesar 41.25 menit untuk pengikatan awal dan 113.75 menit untuk pengikatan akhir. Akan tetapi dengan penerapan rekayasa nanomaterial terhadap semen dan *Bottom Ash* ini tidak meningkatkan kelinieran kuat tekan terhadap kenaikan persentasi penggunaan *Pozzolan*, hal ini dikarenakan perubahan ukuran ini tidak disertai dengan perubahan persentasi kandungan syarat kimia utama menurut SNI secara drastis.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai karakterisasi mortar berbahan dasar nano semen dengan penambahan nano *BottomAsh*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mortar merupakan hasil sintesis dari beberapa bahan material, berupa air, pasir dan semen. Dengan komposisi dari beberapa perbandingan mix material, hal ini dapat mempengaruhi dari nilai dari tiap karakterisasi yang dapat diidentifikasi terhadap mortar itu sendiri.
2. Pengujian mekanik terhadap mortar memiliki ketergantungan utama terhadap komposisi persentasi dari nano *BottomAsh* terhadap nano semen, untuk persentasi maksimal mix, berada pada 15% campuran nano *BottomAsh* , dengan mencapai kuat tekan rata-rata 229 Mpa untuk waktu kontrol 3 hari, 326.5 Mpa untuk 7 hari dan 420 Mpa untuk 28 hari.
3. Pada pengujian *Setting Time* pasta semen rata-rata lubang didapatkan 113.75 buah dengan lama waktu pengerasan mencapai rata-rata 41.25 menit. Diikuti dengan rata-rata penunjukkan skala *Vicat* sebesar 9.125 mm.
4. Pengujian *X-Ray Diffraction* untuk mengidentifikasi ukuran dari rerata dari bulir *BottomAsh* dan semen dengan masing-masing ukuran sebesar 22.5 nm untuk *BottomAsh* dan 4.8 nm.

5.2. Saran

Pada penelitian ini didapatkan hasil *Setting Time* yang begitu cepat, atau dapat dikatakan waktu ikat dari pasta semen sangat cepat. Sehingga, dibutuhkannya penelitian tingkat lanjut untuk pemecahan solusi seperti penggunaan zat aditif untuk menekan cepatnya pengerasan pasta semen. Dan juga perlunya penelitian lebih lanjut dari penelitian ini mengenai penggunaan hasil sintesis dari nano semen dan nano *BottomAsh* dalam pengaplikasian untuk beton.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai karakterisasi mortar berbahan dasar nano semen dengan penambahan nano *BottomAsh*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mortar merupakan hasil sintesis dari beberapa bahan material, berupa air, pasir dan semen. Dengan komposisi dari beberapa perbandingan mix material, hal ini dapat mempengaruhi dari nilai dari tiap karakterisasi yang dapat diidentifikasi terhadap mortar itu sendiri.
2. Pengujian mekanik terhadap mortar memiliki ketergantungan utama terhadap komposisi persentasi dari nano *BottomAsh* terhadap nano semen, untuk persentasi maksimal mix, berada pada 15% campuran nano *BottomAsh* , dengan mencapai kuat tekan rata-rata 229 Mpa untuk waktu kontrol 3 hari, 326.5 Mpa untuk 7 hari dan 420 Mpa untuk 28 hari.
3. Pada pengujian *Setting Time* pasta semen rata-rata lubang didapatkan 113.75 buah dengan lama waktu pengerasan mencapai rata-rata 41.25 menit. Diikuti dengan rata-rata penunjukkan skala *Vicat* sebesar 9.125 mm.
4. Pengujian *X-Ray Diffraction* untuk mengidentifikasi ukuran dari rerata dari bulir *BottomAsh* dan semen dengan masing-masing ukuran sebesar 22.5 nm untuk *BottomAsh* dan 4.8 nm.

5.2. Saran

Pada penelitian ini didapatkan hasil *Setting Time* yang begitu cepat, atau dapat dikatakan waktu ikat dari pasta semen sangat cepat. Sehingga, dibutuhkannya penelitian tingkat lanjut untuk pemecahan solusi seperti penggunaan zat aditif untuk menekan cepatnya pengerasan pasta semen. Dan juga perlunya penelitian lebih lanjut dari penelitian ini mengenai penggunaan hasil sintesis dari nano semen dan nano *BottomAsh* dalam pengaplikasian untuk beton.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Mikrajuddin. *Pengantar Nanoteknologi*. Bandung: Institut Teknologi Bandung. 2012.
- Anonim. *PLTU Jeneponto Diresmikan* : [Http://kanalsatu.com/id/post/156/ pltu jeneponto diresmikan](http://kanalsatu.com/id/post/156/pltu-jeneponto-diresmikan). 2012 (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018).
- Anonim. *Batubara*: <https://id.wikipedia.org/wiki/Batubara>. 2018. (Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018).
- Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral Dan Pertambangan Bappenas : *Kajian Ketercapaian Target DMO Batubara Sebesar 60% Produksi Nasional pada Tahun 2019*. BAPPENAS. 2012.
- Faridah. *Karakterisasi Abu Dasar PLTU Paiton: Pengaruh Perlakuan Magnet, Hcl dan Fusi dengan NaOH*. Prosiding Seminar Nasional Kimia. Unesa. 2012
- Institut Teknologi Surabaya. *Bahan Semen Dan Persyaratannya*. ITS. 2016.
- Jirna. *Pemakaian Dolocid Pada Campuran Mortar Untuk Pasangan Dan Plasteran*. Malang: Universitas Negeri Malang. 1997
- L, Hamidi, dkk. *Pemanfaatan Abu Terbang Batubara (Fly Ash) Sebagai Bahan Batako Yang Ramah Lingkungan*. Riau: Universitas Riau Kampus Binawidya. 2012.
- Munir. *Pemanfaatan Abu Batubara (Fly Ash) Untuk Hollow Block Yang Bermutu Dan Aman Bagi Lingkungan*, Laporan Penelitian. Semarang: Universitas Diponegoro. 2008.
- Ningsih Triyula, dkk. *Pemanfaatan Bahan Additive Abu Sekam Padi Pada Cement Portland PT Semen Baturaja (Persero)*. Universitas Sriwijaya. 2012.
- Nurzal, dkk. *Pengaruh Komposisi Fly Ash Terhadap Daya Serap Air Pada Pembuatan Paving Block*. Padang: Institut Teknologi Padang. 2012
- Putra, Ardian, dkk. *Penentuan Resistivitas Listrik Mortar Menggunakan Metode Probe Dua Elektroda*. Sumatera: Universitas Andalas. 2012.
- R Ariyanto, dkk. *Kuat Tekan Beton Dan Waktu Ikat Semen Portland Pozzolan*. Universitas Riau. 2014
- Santoso, Indriani dkk. *Pengaruh Penggunaan Bottom Ash Terhadap Karakteristik Campuran Aspal Beton*. Jawa Timur: Universitas Kristen Petra. 2003

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al – Mishbah Volume 11*. Lentera Hati. 2011.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al – Mishbah Volume 12*. Lentera Hati. 2011.

SNI. *Semen Portland Nomor 15-2049*. SNI. 2004.

Syahwirawan, Yuri. *Identifikasi Penyebaran Zona Korosi Dan Estimasi Laju Korosinya Serta Tempat Pemasangan Anoda Untuk Proteksi Katodik Pada Lapangan Unit 7 & 8 Pt. Ipmomi Menggunakan Metode Resistivitas 2d Konfigurasi Wenner Alpha*. Surabaya: Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 2017

Wirawan. *Studi Eksperimental Korosi Baja Tulangan Menggunakan Metode Dipercepat Pada Beton Dengan Variasi Fly Ash Di Lingkungan Klorida*. Suarabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2009.

World Coal Institute. *Sumber Daya Batu Bara*. World Coal Institute. 2004.

