

**POTENSI HIDROGEL DARI PATI KULIT SINGKONG (*Manihot esculenta*
cranz) SEBAGAI ABSORBEN ZAT WARNA METANIL KUNING**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NOER KHALIFAH TUR-RIDHA
60500115031

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Noer Khalifah Tur-Ridha
NIM : 60500115031
Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 3 Agustus 1997
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Perumahan Mutiara Indah Village blok J/22 Samata, Gowa
Judul : Potensi Hidrogel dari Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*) sebagai Absorben Zat Warna Metanil Kuning.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata-Gowa, 19 Agustus 2019

Penyusun

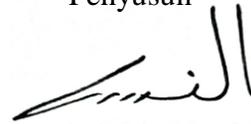






Noer Khalifah Tur-Ridha
NIM: 60500115031

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "Potensi Hidrogel dari Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta crum*) sebagai Absorben Zat Warna Metanil Kuning", yang disusun oleh Noer Khalifah Tur-Ridha, NIM: 60500115031, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan diperlihatkan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Agustus 2019 bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samarata-Gowa, 19 Agustus 2019 M
18 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd	
Sekretaris	: Aisyah, S.Si., M.Si.	
Munaqisy I	: Dr. Ruzawaty Sikana, S.Si., M.Sc.	
Munaqisy II	: Dr. H. Muhain Mahfied, M.Th.I.	
Pembimbing I	: Dra. Siti Chadjah, M.Si.	
Pembimbing II	: Umari Zahra, S.Si., M.Si.	

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

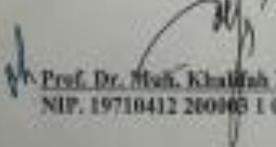
Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200403 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat, nikmat, serta ridho-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “**Potensi Hidrogel dari Pati Kulit Singkong (*Manihot Esculenta Cranz*) Sebagai Absorben Zat Warna Metanil Kuning**”.

Penyusunan skripsi penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Ungkapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Drs. Idris Amir dan Hj. Dharmawati, S.Ag., atas segala do'a serta motivasi yang tidak mengenal kata lelah. Saudara saudariku Noer Ainun Ridha dan Nur Miftahur Ridha yang senantiasa memberi semangat, beserta orang-orang yang saya hormati :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku mantan dekan Fakultas Sains dan Teknologi yang menjabat semasa saya aktif sebagai mahasiswa.
4. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

5. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ummi Zahra, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membimbing penulis sejak penyusunan proposal, penelitian hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. H. Muhsin Mahfudz, M.Th.I selaku dosen penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, khususnya staf pengajar jurusan Kimia.
8. Seluruh laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Terkhusus Kak Ismawanti, S.Si yang selalu setia mendampingi pada saat penelitian dan Kak Awaluddin, S.Si., M.Si yang turut membantu dalam penelitian ini.
9. Teman seperjuangan penelitian Samsinar dan Ayu Wahyuni yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka hingga penelitian ini selesai.
10. Teman-teman Kimia Angkatan 2015 yang selalu memberi semangat saat penelitian.
11. Senior-senior angkatan 2013 dan junior angkatan 2017 yang telah banyak membantu demi kelancaran penelitian ini.
12. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi atas segala bantuan demi kelancaran pengurusan selama berada di kampus ini.


Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan semoga segala aktifitas keseharian bernilai ibadah oleh Allah swt. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Samata, 19 Agustus 2019

Penulis

Noer Khalifah Tur-Ridha

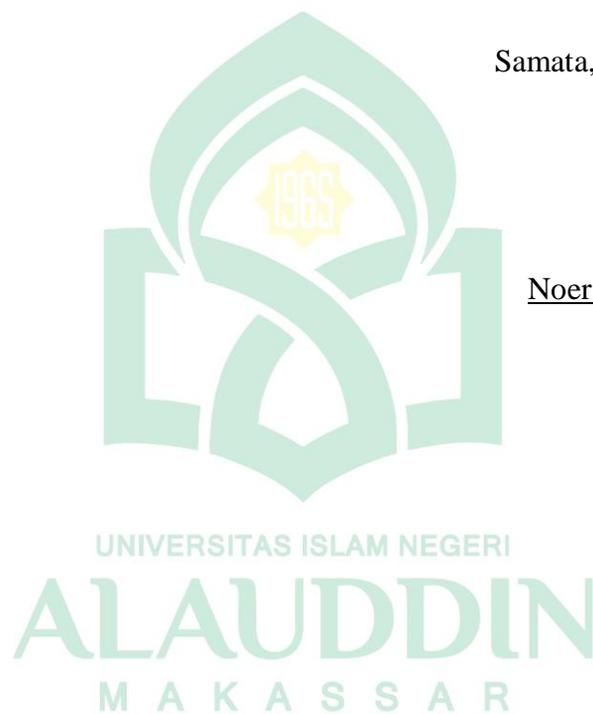

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-18
A. Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta cranz</i>).....	6
B. Pati Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta cranz</i>).....	9
C. Kitosan.....	11
D. Hidrogel.....	12
E. Pengikat Silang.....	14
F. Absorpsi.....	14

G. Zat Warna Metanil Kuning ($C_{18}H_{14}N_3O_3SNa$).....	15
H. <i>Fourier Transform Infrared</i> (FTIR).....	17
I. Spektrofotometer UV-Vis.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20-22
A. Waktu dan Tempat.....	20
B. Alat dan Bahan	20
1. Alat.....	20
2. Bahan.....	20
C. Prosedur Kerja.....	21
1. Preparasi Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta cranz</i>)	21
2. Pati dari Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta cranz</i>)	21
3. Pembuatan Larutan Pati Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta cranz</i>).....	21
4. Pembuatan Hidrogel.....	21
5. Pembuatan Larutan Induk Metanil Kuning.....	22
6. Preparasi Larutan Standar Metanil Kuning.....	22
7. Aplikasi hidrogel.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23-33
A. Hasil Penelitian.....	23
1. Ekstraksi Pati Kulit Singkong	23
2. Hidrogel dari Pati Kulit Singkong	23
3. Uji Daya Serap Air	24
4. Uji Degradasi Zat Warna Metanil Kuning.....	24
5. Karakterisasi menggunakan FTIR.....	25

B. Pembahasan	26
1. Ekstraksi Pati Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta cranz</i>)	26
2. Hidrogel dari Pati Kulit Singkong (<i>Manihot esculenta cranz</i>)..	26
3. Uji Daya Serap Air	27
4. Uji Degradasi Zat Warna Metanil Kuning.....	28
5. Karakterisasi menggunakan FTIR.....	29
BAB V PENUTUP	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35-37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38-62
RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi Kimia Kulit Singkong.....	9
Tabel 4.1. Daya Serap Air Hidrogel.....	24
Tabel 4.2. Absorbansi Zat Warna Metanil Kuning.....	25
Tabel 4.3. Uji Gugus Fungsi FTIR.....	25



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kulit Singkong.....	6
Gambar 2.2. Struktur Amilosa.....	10
Gambar 2.3. Struktur Amilopektin.....	10
Gambar 2.4. Struktur Kitosan.....	12
Gambar 2.5. Struktur Metanil Kuning.....	16
Gambar 2.6. <i>Fourier Transform Infrared</i>	18
Gambar 4.1. Pati Kulit Singkong.....	23
Gambar 4.2. Hidrogel Pati Kulit Singkong.....	23
Gambar 4.3. Hubungan Variasi Penambahan Natrium Tripoliposfat dengan Daya Serap Hidrogel.....	27
Gambar 4.4. Hubungan Konsentrasi Metanil Kuning dengan Persen Degradasi oleh Hidrogel.....	28
Gambar 4.5. Spektrum FTIR Pati Kulit Singkong.....	29
Gambar 4.6. Spektrum FTIR Hidrogel Pati Kulit Singkong.....	30
Gambar 4.7. Spektrum FTIR Hidrogel Pati Kulit Singkong + Zat Warna Metanil Kuning.....	31
Gambar 4.8. Reaksi Penyerapan Zat Warna Metanil Kuning.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian.....	38
Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja Ekstraksi Pati dari Kulit Singkong.....	39
Lampiran 3. Skema Prosedur Kerja Pembuatan Hidrogel.....	41
Lampiran 4. Skema Prosedur Kerja Absorpsi Hidrogel.....	43
Lampiran 5. Penentuan Kurva Standar Metanil Kuning.....	46
Lampiran 6. Perhitungan Kandungan Pati Kulit Singkong (%).....	47
Lampiran 7. Perhitungan Pembuatan Larutan.....	49
Lampiran 8. Perhitungan Daya Serap Air oleh Hidrogel.....	53
Lampiran 9. Perhitungan Degradasi Zat Warna oleh Hidrogel.....	55
Lampiran 10. Dokumentasi Ekstraksi Pati.....	59
Lampiran 11. Dokumentasi Pembuatan Hidrogel.....	60
Lampiran 12. Dokumentasi Absorpsi Hidrogel.....	61



ABSTRAK

Nama : Noer Khalifah Tur-Ridha

NIM : 60500115031

**Judul : Potensi Hidrogel Dari Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*)
Sebagai Absorben Zat Warna Metanil Kuning**

Hidrogel memiliki kemampuan menyerap yang tinggi, sifat tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyerapan limbah, salah satunya limbah pewarna seperti zat warna metanil kuning. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik hidrogel pati kulit singkong serta kemampuan hidrogel dalam menyerap zat warna. Tahapan pembuatan hidrogel meliputi ekstraksi pati kulit singkong (*Manihot esculenta cranz*), pembuatan larutan pati, pembuatan hidrogel, ujia daya serap air, serta analisis menggunakan FTIR dan UV-Vis. Hasil yang diperoleh yaitu hidrogel pati kulit singkong memiliki penambahan gugus N-H dan hidrogel yang telah dikontakkan dengan zat warna memiliki penambahan gugus N=N dan S=O dari gugus fungsi awal pati kulit singkong pada hasil pembacaan FTIR. Penyerapan tertinggi hidrogel terlihat pada konsentrasi zat warna metanil kuning 30 ppm yaitu sebesar 31,7283%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hidrogel dari pati kulit singkong dapat digunakan sebagai absorben zat warna metanil kuning.

Kata kunci: Absorben, Hidrogel, Pati Kulit Singkong, Metanil Kuning

ABSTRACT

Name : Noer Khalifah Tur-Ridha

NIM : 60500115031

Title : Potential Hydrogel of Cassava Peel Starch (*Manihot esculenta cranz*) as Absorbent Methanyl Yellow Dye

The hydrogel ability absorption is very high, with the result that it can be used absorption waste, one of which is waste of dye likes methanyl yellow dye. The aim of this study was the characteristic of hidrogels from cassava peel starch along with ability of hydrogels to absorbs dyes. The methods make of hydrogel consist of water absorption test, and analysis using FTIR and UV-Vis. The results indicated that the hydrogels of cassava peel starch shared a functional group namely N-H and after contacted with dye ahared a functional group namely N=N and S=O from cassava peel starch on the result of FTIR. Absorption hydrogels very high was seen at the concentration of 30 ppm methanyl yellow dyes which is as much as 31,7283%. Based on the result of the research it can be concluded that hydrogel from cassava peel starch can be used as absorbent of methanyl yellow dye.

Keyword: Absorbent, Hydrogel, Cassava Peel Starch, Methanyl Yellow.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki hasil alam yang melimpah. Salah satu hasil alam yang sering dijumpai di masyarakat adalah tanaman singkong. Tanaman singkong menjadi salah satu sumber karbohidrat. Pemanfaatan singkong hanya terbatas pada umbinya saja, sedangkan kulitnya di buang dan menjadi limbah. Kulit singkong memiliki komponen kimia yang sangat banyak, seperti protein, vitamin C, karbohidrat, besi, air dan masih banyak lagi. Selain dari pada itu, kulit singkong juga memiliki kandungan pati yang cukup tinggi (Suryati, 2016: 79). Segala sesuatu yang ada di bumi ini telah Allah swt ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan-Nya yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Terjemahnya :

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menurut Shihab (2002: 138) dalam tafsir Al-Misbah volume 10, kata *istawâ* pada mulanya berarti *tegak lurus, tidak bengkok*. Selanjutnya kata itu dipahami secara *mâjazi* dalam arti *menuju ke sesuatu dengan cepat dan penuh tekad bagaikan yang berjalan tegak lurus tidak menoleh ke kiri dan ke kanan*. Makna Allah *menuju ke langit* adalah kehendak-Nya untuk mewujudkan sesuatu seakan-akan kehendak tersebut serupa dengan seseorang yang menuju ke sesuatu untuk mewujudkannya dalam bentuk seagung dan sebaik mungkin. Oleh karena itu pula, lanjutan ayat itu

menyatakan *lalu dijadikan-Nya* yakni bahwa langit itu dijadikan-Nya dalam bentuk sebaik mungkin, tanpa sedikit aib atau kekuranganpun.

Ayat tersebut menjelaskan tentang betapa besar Kuasa Allah swt yang telah menciptakan bumi beserta isinya dalam keadaan sempurna. Namun, hanya sedikit saya manusia yang mensyukuri nikmat dari Allah swt. Dalam ayat ini pula menjelaskan kepada manusia bahwa segala macam ciptaan Allah swt tidak ada yang sia-sia, termasuk kulit singkong yang pada umumnya hanya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kulit singkong memiliki kandungan pati yaitu sebesar 36,5% (Erna, 2016: 121). Pati tersusun atas amilosa dan amilopektin. Kandungan amilopektin pada kulit singkong lebih tinggi dari pada kandungan amilosanya yaitu sekitar 73% (Anita, 2013: 2). Banyaknya jumlah pati yang terdapat pada kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan hidrogel. Pati kulit singkong memiliki gugus $-OH$ yang berada pada struktur amilosa dan amilopektinnya. Gugus $-OH$ merupakan gugus hidrofilik yang dapat mempengaruhi proses pembengkakan hidrogel (Lestari, 2018: 10). Proses pembengkakan ini terjadi ketika hidrogel mengikat air karena kelompok hidrofilik hidrogel akan membentuk ikatan primer dengan molekul air (Adi, 2012: 5).

Hidrogel atau lebih dikenal sebagai gel penyerap air terbuat dari bahan polimer yaitu beberapa reaksi sederhana yang melibatkan satu monomer atau lebih yang memiliki struktur hidrofilik yang mampu mengikat air dan mempertahankan keadaan air yang terikat pada strukturnya, namun tidak dapat larut dalam air (Ahmed, 2015: 106). Hidrogel mampu menyerap air hingga 100 kali lipat dari berat keringnya. Daya serapnya yang tinggi yang membuat hidrogel banyak dimanfaatkan

di bidang pertanian sebagai kantong air. Hidrogel juga digunakan sebagai pengendap limbah yang berada di rumah sakit, popok bayi dan juga pengompres panas (Erizal, 2015: 28). Penelitian yang dilakukan oleh Sjaifullah (2015) yaitu membuat hidrogel dengan menggunakan pati iles-iles dengan penambahan asam akrilat, akrilamida dan metilenabisakrilamida sebagai bahan untuk menggemburkan tanah yang menunjukkan bahwa hidrogel yang dihasilkan mampu mempertahankan kandungan air dalam tanah, sehingga mampu menjaga kelembaban tanah dan tetap gembur. Hal tersebut menjadikan hidrogel dapat digunakan sebagai absorben pada metode absorpsi.

Metode absorpsi umumnya sangat efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan ataupun perairan. Metode absorpsi merupakan proses penyerapan suatu zat yang disebabkan karena zat yang diserap bereaksi dengan absorbennya. Adapun jenis absorben yang digunakan, tergantung dari besaran presentasi daya serap yang diinginkan (Cundari, 2014: 54). Metode ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran limbah yang sangat berlebihan. Ada dua jenis absorpsi yang mungkin terjadi, yaitu absorpsi kimia yang melibatkan gaya elektrostatis dan absorpsi fisika yang melibatkan gaya Van Der Waals (Kalsum, dkk., 2018: 42). Pemanfaatan metode ini cukup beragam, salah satunya yaitu dalam penyerapan limbah zat warna.

Limbah pewarna tekstil yang biasanya dihasilkan oleh industri adalah suatu senyawa organik yang sangat sulit terurai di alam (Sani, 2009: 8). Salah satu zat warna yang sering digunakan di industri adalah metanil kuning. Pada industri tekstil, zat warna metanil kuning digunakan untuk memberi warna pada wool dan nilon, untuk memberi efek warna yang cerah dan juga menarik. Penggunaan zat warna metanil kuning dapat memberikan dampak pada pencemaran lingkungan, terutama

pada air. Pencemaran air oleh limbah zat warna berupa senyawa organik yang mengandung senyawa azo, serta bersifat karsinogen (Bhernama, 2015: 50). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Thakur (2016), ia membuat nanokomposit hidrogel dari titania yang ditambahkan natrium alginate asam poliakrilat silang dan penambahan TiO_2 yang dimanfaatkan sebagai adsorben zat warna *methylene blue*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hidrogel memiliki kemampuan tinggi sebagai penyerap zat warna *methylene blue* dan diharapkan dapat digunakan sebagai penyerap untuk pengolahan air. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang potensi hidrogel dari pati kulit singkong (*Manihot esculenta cranz*) sebagai adsorben zat warna metil kuning .

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana karakteristik hidrogel dari kulit singkong (*Manihot esculenta cranz*) dengan FTIR ?
2. Bagaimana kemampuan hidrogel dari pati kulit singkong (*Manihot esculenta cranz*) sebagai adsorben zat warna metanil kuning ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui karakteristik hidrogel dari kulit singkong (*Manihot esculenta cranz*) dengan FTIR.
2. Mengetahui kemampuan hidrogel dari pati kulit singkong (*Manihot esculenta cranz*) sebagai adsorben zat warna metanil kuning.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan limbah kulit singkong.
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang pemanfaatan hidrogel dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*)

Indonesia sebagai negara tropis yang penduduknya banyak membudidayakan tanaman singkong. Daerah-daerah di Indonesia yang banyak membudidayakan tanaman singkong yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat (Ariani dkk., 2017: 120).

Tanaman singkong sangat mudah dibudidayakan, tidak membutuhkan nutrisi yang banyak dan dapat tumbuh dilahan yang tidak terlalu subur, serta tidak membutuhkan pupuk dalam jumlah yang banyak. Jangka waktu penanaman singkong hingga dipanen berkisar antara delapan bulan hingga satu tahun. Hasil panen singkong berbentuk umbi yang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan (Wahyuningtiyas, 2015: 15).



Gambar 2.1. Kulit Singkong

Menurut Wahyu (2009: 6), klasifikasi singkong adalah sebagai berikut :

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Ordo	: Euphorbiales
Famili	: Euphorbiaceae
Genus	: Manihot
Spesies	: <i>Manihot esculenta crantz</i>

Singkong memiliki kandungan karbohidrat serta kalori yang tinggi, umbi singkong mengandung 60% air, 25%-35% pati, protein, mineral, kalsium dan posfat (Ariani, dkk., 2017: 120). Oleh karena itu, singkong menempati urutan ketiga setelah padi dan jagung sebagai makanan pokok di Indonesia. Pemanfaatan singkong hanya pada bagian umbinya, kulitnya akan di buang dan menjadi limbah. Hal ini akan menjadi permasalahan lingkungan yang baru. Menurut data BPS pada tahun 2013 bahwa produksi singkong di setiap tahun mencapai 24 juta ton dan limbah kulit singkong mencapai 10%-20% dari total umbinya (Dewi, dkk., 2015: 41). Limbah kulit singkong merupakan buangan hasil pertanian dan pemanfaatan kulit singkong belum dilakukan secara maksimal oleh masyarakat (Maulinda, dkk., 2015: 12).

Keberadaan tanaman yang bermanfaat sangat melimpah di muka bumi di jelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7.



Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik ?”

Menurut Shihab (2002: 11) dalam Tafsir Al-Mishbah Volume 10, kata *ilâ* pada ayat di *awalam yarâ ilâ al-ardh/ apakah mereka tidak melihat ke bumi*, merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya.

Sedangkan, kata *zauj* berarti *pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhanpun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Oleh karena itu, ayat di atas memulai dengan pertanyaan *apakah mereka tidak melihat*, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2002: 11).

Kata *kârim* antara lain digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002: 12).

Sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Ariani, dkk (2017: 122) yang membandingkan komposisi kimia kulit singkong dengan penelitian sebelumnya, adapun kandungan kimia kulit singkong yang diperoleh dapat dilihat pada table 2.1.


Tabel 2.1. Komposisi Kimia Kulit Singkong

Bahan	Bobot kering (%)
Air	60,88 ± 0,06
Abu	2,13 ± 0,02
Protein	3,22 ± 0,05
Lemak	1,21 ± 0,08
Karbohidrat	33,69 ± 0,25
Pati	24,49 ± 0,08
Serat kasar	2,44 ± 0,10
HCN bebas	39,56 ± 0,18


B. Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*)

Pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang berasal dari sintesis tanaman hijau. Penyusun pati yaitu polimer α -D-glukosa dengan rumus molekul $(C_6H_{10}O_5)_n$. Pengikatan beberapa polimer glukosa menjadi pati diakibatkan karena hilangnya gugus air yang awalnya terikat dalam bentuk gugus hidroksil. Penyusun pati terbagi menjadi dua, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa terbentuk dari beberapa unit glukosa yang berikatan pada rantai C_1 dan C_4 yang dituliskan sebagai ikatan α -1,4-glikosidik yang berbentuk garis lurus dan tidak bercabang. Sedangkan amilopektin, terbentuk dari beberapa unit glukosa yang berikatan pada rantai C_1 dan C_4 yang dituliskan sebagai ikatan α -1,4-glikosidik yang berbentuk garis lurus dan

mengalami percabangan pada rantai C₁ dan C₆ yang dituliskan sebagai ikatan α -1,6-glikosidik. Jumlah amilosa dan amilopektin pada pati berbeda-beda, tergantung jenis patinya (Krisna, 2011: 14).

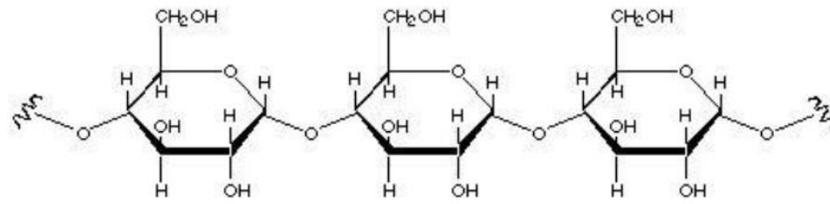

Gambar 2.2. Struktur Amilosa.

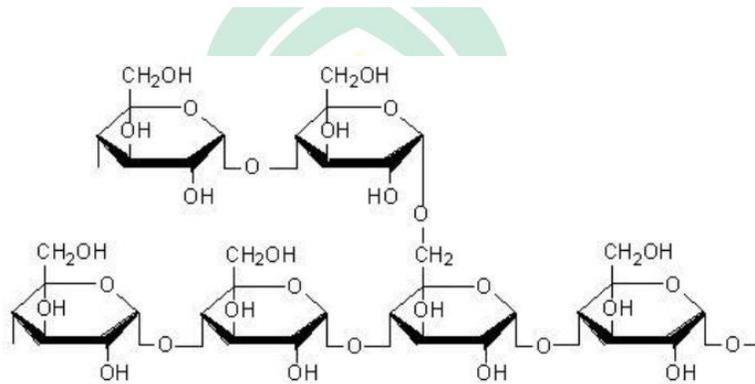

Gambar 2.3. Struktur Amilopektin

Pati memiliki ketersediaan yang sangat banyak di Indonesia. Umumnya pati ini dapat ditemukan pada berbagai jenis tanaman umbi-umbian atau biji-bijian. Komponen utama penyusun pati yaitu amilosa dan amilopektin. Kadar amilopektin dan amilosa mempengaruhi sifat dari pati tersebut. Semakin tinggi jumlah amilopektinnya maka pati akan sangat sedikit menyerap air, lebih basah dan juga lengket. Namun, jika kandungan amilosa lebih tinggi, maka pati akan sulit untuk membentuk gel yang dikarenakan suhu gelatinisasi semakin meningkat. Gelatinisasi merupakan suatu proses mengembangnya granula pati yang diakibatkan oleh adanya


panas dan air yang akan mengakibatkan granula pati tidak mampu untuk kembali seperti bentuk awalnya (Kamsiati dkk., 2017: 68).

Cara memperoleh pati dapat dilakukan dengan mengekstrak bahan-bahan nabati yang mengandung karbohidrat. Beberapa karbohidrat yang mengandung pati dalam jumlah banyak, dapat diperoleh dari tanaman sereal dan umbi-umbian, seperti jagung, sagu, singkong, beras dan masih banyak lagi (Kamsiati dkk., 2017: 68). Selain jenis sereal dan umbi-umbian, pati juga terdapat pada beberapa jenis limbah pertanian, seperti biji nangka, biji durian, ampas sagu, bonggol pisang dan kulit singkong. Menurut Dewi dkk (2015: 41-42), dalam 1 kg kulit singkong dapat diperoleh pati sebanyak 9% atau sebanyak 90 gr pati dalam 1 kg kulit singkong.

C. Kitosan

Kitosan merupakan salah satu jenis polimer rantai panjang yang memiliki rumus molekul ($C_8H_{11}NO_4$), diperoleh dari hasil deasetilasi kitin. Kitin adalah polisakarida terbesar setelah selulosa dengan rumus molekul poli(2-asetamido-2-deoksi- β -(1,4)-D-glukopiranos) mempunyai ikatan β -glikosidik pada atom C (1,4) yang menghubungkan tiap unit ulangnya (Thoriq, 2016: 51).

Sintesis kitosan dari kitin yaitu dengan metode deasetilasi pemutusan ikatan gugus asetil dan atom nitrogen yang terdapat pada kitin dan mengalami perubahan menjadi gugus amina (NH_2). Adanya gugus amina (NH_2) pada kitosan memberi kemampuan pada kitosan sebagai absorben (Basuki, 2009: 93). Selain dari pada itu, gugus amina (NH_2) pada kitosan memiliki kemampuan untuk berikatan dengan molekul-molekul yang memiliki muatan negatif seperti pada protein ataupun polimer-polimer yang lain (Thoriq, 2016: 52).

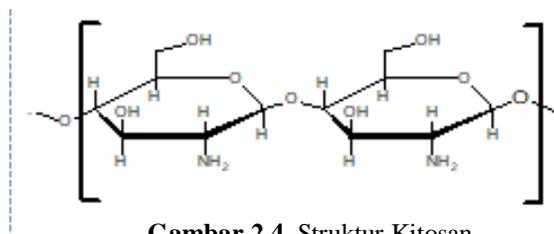

Gambar 2.4. Struktur Kitosan

Kitosan memiliki bentuk yang tidak teratur, bentuknya bisa menjadi kristalin ataupun semikristalin. Bentuk rantai kitosan lebih pendek dari rantai kitin. Kitosan tidak dapat disimpan dalam waktu lama dan dalam keadaan terbuka, karena dapat mempengaruhi viskositasnya serta warna akan berubah menjadi kekuningan. Kitosan memiliki sifat yang sukar larut dalam air, sehingga untuk melarutkannya dapat menggunakan larutan asam (Thoriq, 2016: 54). Ketika melarutkan kitosan dengan menggunakan asam asetat, proses pelarutannya akan terbagi dalam dua tahap, yaitu molekul-molekul asam asetat akan berpindah ke dalam kitosan dan membentuk gelembung gel, kemudian gelembung gel dengan cepat akan pecah dan molekul-molekulnya akan mengalami penguraian di dalam larutan asam asetat, sehingga memiliki bentuk gel yang sangat lembut (Basuki, 2009: 99).

D. Hidrogel

Hidrogel pertama kali digunakan pada tahun 1936 dalam bidang medis. Pada tahun 1960-an Wichterle dan Lim memperkenalkan hidrogel dan aplikasi biologisnya (Artivashist dan Sharif Ahmad, 2013: 861). Hidrogel terbagi menjadi dua, hidrogel alam dan hidrogel sintesis. Hidrogel alam seperti kolagen, fibrin dan turunan bahan-bahan alami, seperti kitosan, serat alginat dan lain sebagainya. Sedangkan hidrogel sintesis seperti poli (etilena glikol) diakrilat, poli akrilikamida dan poli vinil alkohol. Penyerapan hidrogel dipengaruhi oleh beberapa faktor

eksternal, seperti suhu, pH, konsentrasi ion, medan magnet dan bahan kimia (Chirani, 2015; 1-2).

Hidrogel merupakan jaringan makromolekul hidrofilik yang dihasilkan dari ikatan silang kimia ataupun fisik polimer. Hidrogel memiliki sifat sensitifitas yang tinggi terhadap lingkungan fisiologisnya, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan akan membengkak ketika mengikat air. Sifat bengkak ini dikarenakan afinitas termodinamika yang tinggi dalam pelarut tersebut (Chirani, 2015; 1). Hidrogel mampu mengikat dan melepaskan air. Ketika hidrogel mengalami kontak langsung dengan air, maka kelompok hidrofilik hidrogel yang bersifat polar akan terhidrasi dengan molekul air yang akan membentuk ikatan primer. Pembentukan ikatan ini terjadi disebabkan karena adanya rongga-rongga yang berukuran sangat kecil (nano) pada polimer hidrogel. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya ikatan hidrogel antara kelompok polar hidrogel dan molekul air (Adi, 2012: 5-6).

Proses pembengkakan hidrogel dipengaruhi oleh adanya gugus hidrofilik pada hidrogel tersebut. Gugus-gugus hidrofilik yaitu gugus $-OH$, $-COOH$, $-CONH_2$, dan SO_3H . Sedangkan, ketidaklarutan hidrogel dalam air dipengaruhi oleh bentuk tiga dimensi dari hidrogel tersebut (Lestari, 2018: 10).

Menurut Lestari (2018:12), hidrogel dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyerap pada popok
2. Tempat penyimpanan air pada daeran kering
3. Salju buatan
4. Tempat air pada tanaman hortikultural
5. Mengontrol kadar air obat saat pengantaran
6. Penyerap zat warna

7. Penyerap bakteri dan jamur pada plaster luka

Hidrogel dapat dibentuk dengan menggunakan metode ikat silang, baik secara fisik maupun kimia. Pengikatan silang fisik menggunakan metode radiasi, sedangkan pengikatan silang kimia dengan menambahkan zat kimia yang berfungsi sebagai agen pengikat silang. Pada proses ikat silang fisik akan terbentuk ikatan non-kovalen, sedangkan pada ikat silang kimia terbentuk ikatan kovalen (Lestari, 2018:13).

E. Pengikat Silang

Pengikat silang (*cross-linking*) adalah salah satu bahan yang digunakan pada metode pengikatan secara kimiawi. Penggunaan pengikat silang yaitu sebagai penghubung antara polimer yang satu dengan polimer yang lainnya. Pada pembuatan hidrogel, pengikat silang yang digunakan akan menghasilkan ikatan kovalen pada polimer yang bereaksi. Ada beberapa bahan kimia yang dapat digunakan sebagai pengikat silang, yaitu glutaraldehid, metilenbisakrilamida, dan masih banyak lagi (Adi, 2012: 10).

Selain glutaraldehid, yang dapat digunakan sebagai pengikat silang yaitu natrium tripolifosfat. Penggunaan natrium tripolifosfat dalam pembuatan hidrogel akan menghasilkan gel yang kuat. Selain dari pada itu, penggunaan natrium tripolifosfat pada pembuatan hidrogel juga aman, karena natrium tripolifosfat tidak bersifat racun (Wahyono, 2010: 25).

F. Absorpsi

Absorpsi merupakan suatu proses penyerapan bahan kimia menggunakan absorben. Proses absorpsi terbagi menjadi dua, yaitu absorpsi secara fisika dan absorpsi secara kimia. Proses absorpsi fisika yaitu suatu metode penyerapan gas

maupun cairan yang disebabkan oleh gaya Van Der Waals. Sedangkan, absorpsi kimia yaitu penyerapan yang terjadi dikarenakan bereaksinya zat kimia yang diserap dengan absorben yang digunakan. Menurut Cundari, dkk., (2014: 54), besar kecilnya penyerapan pada metode ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti :

1. Jenis absorben yang digunakan,
2. Jenis zat yang akan diserap,
3. Konsentrasi absorben yang akan digunakan
4. Luas Permukaan,
5. Temperatur, dan
6. Tekanan


Penelitian yang dilakukan oleh Erizal, dkk (2017) yang menggunakan poli (kalium akrilat)-g-Glukomanan sebagai bahan utama pembuatan hidrogel yang diaplikasikan dalam penyerapan air menunjukkan daya serap hidrogel mencapai 800 g/g. Pada proses penyerapan tersebut, gugus hidrofilik yang terdapat pada hidrogel akan saling berinteraksi dengan air. Pori-pori yang terdapat pada hidrogel merupakan jalan masuknya air. Perlahan-lahan air akan terserap masuk ke dalam jaringan hidrogel dan mengisi jaringan hidrogel hingga penuh.

G. Zat Warna Metanil Kuning ($C_{18}H_{14}N_3O_3SNa$)

Zat warna yang sering digunakan pada industri tekstil. Zat warna yang digunakan pada industri tekstil umumnya adalah zat warna sintetik karena sangat mudah didapatkan dan lebih murah jika dibandingkan dengan zat warna alami. Salah satu jenis zat warna sintetik yang sering digunakan pada industri tekstil adalah metanil kuning. Zat warna ini bersifat karsinogen dan mutagenik (Patiung, 2014: 140).

Menurut Hastomo (2008: 8), klasifikasi zat warna metanil kuning adalah sebagai berikut.

BM	: 378, 38 g/mole
Rumus Molekul	: $C_{18}H_{14}N_3O_3SNa$
Kelarutan	: Larut dalam air dingin
Sinonim	: <i>Acid Yellow 36 Tropaeolin G, 3-[(4-(Phenylamino)phenyl)azo] benzenesulfonic acid monosodium salt.</i>
Warna	: Kuning
Lain-lain	: Produk degradasi lebih toksik

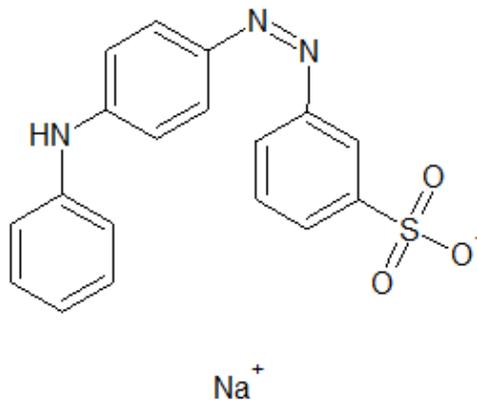

Gambar 2.5. Struktur Metanil Kuning

Zat warna metanil kuning merupakan zat berwarna kuning yang dibuat dengan mencampurkan asam metanilat dan difenilamin (Hastomo, 2008: 7). Zat warna metanil kuning merupakan suatu senyawa pada golongan azo yang strukturnya memiliki ikatan $N=N$ (Nabila, 2017: 2). Senyawa azo merupakan senyawa aromatik berbentuk kompleks, umumnya zat warna jenis ini digunakan dalam industri tekstil, industri kosmetik, industri kertas maupun industri makanan. Senyawa azo adalah

golongan senyawa sintetik, organik serta berwarna. Zat warna metanil kuning diproduksi dalam jumlah besar terutama pada bidang industri tekstil, industri makanan, industri kertas dan industri kosmetik (Bhernama, 2015: 49).

Penyalahgunaan zat warna metanil kuning sering dilakukan pada beberapa jenis makanan, seperti mie, kerupuk, gorengan dan beberapa makanan yang berwarna kuning (Susilo, 2014: 1). Penggunaan zat warna pada makanan maupun minuman sangat sering dilakukan, bahkan banyak digunakan pada jajanan anak-anak di sekolah. Badan penanggulangan obat dan makanan (BPOM) menyatakan bahwa terdapat 48 kasus keracunan makanan pada 34 provinsi dengan jumlah korban yaitu sebanyak 6.982 orang dalam keadaan lemas. Penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak diizinkan mencapai 72,08% berdasarkan survey yang dilakukan oleh BPOM pada 6 kota di Indonesia (Rahmadini dan Apriani, 2017: 56).

H. *Fourier Transform Infrared (FTIR)*

FTIR merupakan suatu alat yang digunakan untuk membaca gugus fungsi yang terdapat pada suatu sampel dengan menggunakan metode absorpsi menggunakan sinar inframerah. Pembacaan FTIR berdasarkan perbedaan daya serap radiasi inframerahnya (Anam, 2007: 84). Ada beberapa kelebihan dari FTIR yaitu membutuhkan waktu yang sebentar karena pengukurannya secara serentak dan lebih sederhana karena hanya sedikit komponen mekanik optik yang bergerak (Suseno, 2008: 23).

Adapun persyaratan penyerapan menggunakan inframerah yaitu adanya kesamaan antara frekuensi radiasi sinar inframerah dan frekuensi *vibrasional* suatu molekul sampel, serta terjadi perubahan momen dipol saat vibrasi berlangsung (Anam, 2007: 84).



Gambar 2.5. *Fourier Transform Infrared*

Cara kerja FTIR yaitu apabila suatu sampel organik dilewatkan oleh sinar inframerah, maka akan terjadi penyerapan pada beberapa frekuensi dari sampel, selain itu adapula yang akan diteruskan tanpa diserap. Cahaya yang diserap tergantung struktur elektronik pada molekul tersebut. Selanjutnya, akan terjadi perubahan vibrasi serta energi rotasi pada molekul yang telah menyerap energi (Suseno, 2008: 23).

Ada dua jenis vibrasi, yaitu vibrasi ulur (*stretching vibrations*) dan vibrasi tekuk (*bending vibrations*). Suatu ikatan ulur (*stretch*) memiliki energi yang lebih besar jika dibandingkan dengan ikatan tekuk (*bend*). Oleh karena itu, serapan ulur akan menampakkan frekuensi yang lebih tinggi pada spektrum inframerah, daripada serapan tekuk pada ikatan yang sama (Suseno, 2008: 24).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyuningtyas (2015: 42), gugus fungsi pati kulit singkong yang terdeteksi di FTIR yaitu gugus O-H alcohol pada panjang gelombang $3273,10\text{ cm}^{-1}$, gugus fungsi C-H alkane pada panjang gelombang $2885,00\text{ cm}^{-1}$, gugus NH pada panjang gelombang $1638,66\text{ cm}^{-1}$, gugus C-C pada panjang gelombang $997,18\text{ cm}^{-1}$.

I. Spektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer digunakan untuk menghitung jumlah energi secara relatif, apabila energi tersebut diteruskan, direfleksikan, serta diemisikan oleh spectrum pada panjang gelombang tertentu (Amri, 2016: 30). Spektrofotometer UV-Vis merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan sumber radiasi gelombang elektromagnetik sinar ultra ungu (*ultra violet*) dengan panjang gelombang 190-380 nm dan sinar tampak (*visible*) dengan panjang gelombang 380-780 nm dengan menggunakan alat instrument spektrofotometer (Noviyanto dkk, 2014: 2).

Transisi elektron di orbital luar dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi pada suatu elektron disebabkan oleh radiasi *ultraviolet* dan sinar *visible* yang diabsorpsi suatu molekul organik aromatik, molekul yang memiliki elektron π yang terkonjugasi atau suatu atom yang memiliki elektron n. Tinggi serapan dari radiasi tersebut sesuai dengan jumlah molekul analit pengabsorpsi. Seperti pada penelitian ini, metanil kuning memiliki gugus pengabsorpsi. Sehingga, bisa digunakan untuk analisis kuantitatif (Amri, 2016: 31).

BAB III

METODE PENELITIAN

D. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli 2019 bertempat di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Riset dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Laboratorium Kimia Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin,

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu *fourier transform infrared* (FTIR) *Thermo Fisher Scientific*, spektrofotometer *UV-vis* Varian, neraca analitik *Kern*, *magnetic stirrer Bante*, *incubator shaker*, oven *Hemmert*, blender, alat-alat gelas, batang pengaduk, kain penyaring.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquadest (H_2O), kitosan ($C_6H_{11}NO_4$), kulit singkong (*Manihot esculenta cranz*), kalium persulfat ($K_2S_2O_8$), metanil kuning ($C_{18}H_{14}N_3O_3SNa$) p.a, natrium hidroksida ($NaOH$) p.a, natrium tripolifosfat ($Na_5P_3O_{10}$) 1%, dan sorbitol ($C_6H_{14}O_6$).

F. *Prosedur Kerja*

8. Preparasi Kulit Singkong (Wahyuningtyas, 2015: 31)

Kulit Singkong dibersihkan dan ditimbang sebanyak 500 gram.

9. Pati dari Kulit Singkong (Wahyuningtyas, 2015: 31)

Kulit singkong yang telah dibersihkan, ditambahkan air sebanyak 1000 mL lalu dihancurkan dengan blender. Larutan disaring, lalu didiamkan hingga endapan terbentuk. Endapan yang dihasilkan ditambahkan dengan air. Didiamkan kembali hingga terbentuk endapan. Disaring kembali, residu dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C selama 6 jam. Lalu, pati yang dihasilkan dianalisis menggunakan FTIR.

10. Pembuatan Larutan Pati Kulit Singkong (Lestari, 2018: 28)

Sebanyak 8 gram natrium hidroksida p.a dilarutkan dengan 100 mL aquadest di dalam gelas kimia. Lalu, ditambahkan 5 gram pati kulit singkong sebanyak 5 gram dan dihomogenkan. Larutan pati yang dihasilkan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan hidrogel.

11. Pembuatan Hidrogel (Alifa, 2013: 6)

Larutan pati kulit singkong sebanyak 50 mL dimasukkan ke dalam 5 gelas kimia, ditambahkan kitosan sebanyak 0,8 gram yang telah dilarutkan dalam 30 mL asam asetat 0,6 M. Diaduk selama 30 menit pada suhu ruang. Kemudian, ditambahkan natrium tripolifosfat masing-masing sebanyak 0; 0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6 gram. Diaduk selama 15 menit pada suhu ruang. Lalu, ditambahkan sorbitol sebanyak 2 mL dan kalium persulfat 0,2 gram. Diaduk selama 15 menit. Dimasukkan ke dalam plat kaca dan dikeringkan pada suhu kamar hingga kering. Hidrogel yang dihasilkan dikeluarkan dari plat kaca. Dipotong kecil-kecil. Di uji dengan FTIR.

12. Preparasi Larutan Induk Metanil Kuning (Bhernama, 2015: 53)

Sebanyak 0,25 gram metanil kuning dilarutkan dalam 250 mL aquadest dan diperoleh larutan induk metanil kuning 1000 ppm.

13. Preparasi Larutan Standar Metanil Kuning (Bhernama, 2015: 53)

Larutan induk metanil kuning 1000 ppm. Lalu, diencerkan menjadi 100 ppm dalam 500 mL. Larutan metanil kuning 100 ppm diencerkan menjadi 10; 20; 30; dan 40 ppm.

14. Aplikasi hidrogel

a. Uji Daya Serap Air (Adi, 2012: 11)

Sebanyak 0,5000 gram hidrogel, dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Didiamkan selama 1 jam dan sampel disaring. Dihitung selisih antara berat kering dan berat basah.

$$\% \text{ daya serap air} = \frac{\text{bobot akhir} - \text{bobot awal}}{\text{bobot akhir}} \times 100\%$$

b. Absorpsi Metanil Kuning (Tanasale, 2012: 167)

Sebanyak 0,5000 gram hidrogel, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan metanil kuning dengan variasi konsentrasi yaitu 10; 20; 30; dan 40 ppm. Kemudian, larutan dihomogenkan dengan menggunakan *incubator shaker* 160 rpm pada suhu 25°C selama 5 jam. Lalu, larutan disaring. Filtrat yang dihasilkan diuji menggunakan *uv-vis* dan residu yang dihasilkan diuji dengan FTIR.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*)

Pati yang dihasilkan dari kulit singkong pada gambar 4.1. Pati yang dihasilkan memiliki warna putih kecoklatan, tidak berbau dan teksturnya halus. Dalam 500 gram kulit singkong basah, terdapat 27,2698 gram pati atau sekitar 27,2698%.



Gambar 4.1. Pati Kulit Singkong

2. Hidrogel dari Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*)

Larutan pati kulit singkong dibuat dengan menimbang 5 gram pati yang dilarutkan dalam larutan NaOH 8% b/v menghasilkan larutan pati bening berwarna kuning kecoklatan dan kental.



Gambar 4.2. Hidrogel Pati Kulit Singkong

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembuatan hidrogel dari pati kulit singkong dengan penambahan kitosan, sorbitol, dan natrium tripoliposfat dengan variasi 0; 0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6 gram diperoleh hidrogel yang memiliki tekstur gel yang lembut, berwarna kuning kecoklatan.

3. Uji Daya Serap Air

Hidrogel yang telah dibuat dari pati kulit singkong dengan variasi penambahan natrium tripoliposfat yaitu 0; 0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6 gram absorpsi dilakukan dalam air selama 2 jam agar dapat diketahui daya serapnya terhadap air.

Tabel 4. 1. Daya Serap Air Hidrogel

No.	Penambahan Natrium Tripoliposfat (gr)	Bobot Awal (gr)	Bobot Akhir (gr)	Daya Serap (%)
1.	0	0,5001	1,8251	72,59
2.	0,3	0,5001	1,5944	68,63
3.	0,4	0,5001	0,6527	23,37
4.	0,5	0,5005	1,6185	69,07
5.	0,6	0,5000	1,9859	74,82

Pada tabel 4.1. menunjukkan hasil penyerapan air oleh hidrogel dengan variasi pengikat silang 0; 0,3; 0,4; 0,5; dan 0,6 gram diperoleh nilai tertinggi yaitu pada penambahan 0,6 gram natrium tripoliposfat sebesar 74,82% dan nilai terendah pada penambahan 0,4 gram natrium tripoliposfat yaitu 23,37%.

4. Uji Degradasi Zat Warna Metanil Kuning

Absorpsi zat warna metanil kuning dengan menggunakan hidrogel sebanyak 0,5000 gram, absorben berbahan dasar pati kulit singkong dengan penambahan pengikat silang 0,4 gram dikontakkan langsung selama 5 jam dalam 15 mL larutan metanil kuning secara berturut-turut dengan konsentrasi 10; 20; 30; dan 40 ppm. Kemudian, diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Degradasi Zat Warna Metanil Kuning

No.	Zat Warna Metanil Kuning (ppm)	Metanil Kuning yang Terdegradasi (%)
1.	10	22,0480
2.	20	28,5055
3.	30	31,7283
4.	40	30,5635

Pada tabel 4.2 menunjukkan nilai tertinggi metanil kuning yang terdegradasi yaitu pada konsentrasi 30 ppm sebesar 31,7283%.

5. Karakterisasi menggunakan FTIR

Karakterisasi menggunakan FTIR dilakukan pada pati kulit singkong, hidrogel dan hidrogel telah diabsorbansi zat warna, karakteristik tersebut bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi serta untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada proses pengikatan silang.

Tabel 4.3. Uji Gugus Fungsi FTIR

Gugus Fungsi	Rentang Serapan (cm ⁻¹)	Serapan (cm ⁻¹)		
		Pati Kulit Singkong	Hidrogel	Hidrogel setelah absorpsi
O-H	3650-3200	3397,58	3468,01	3446,79
C-H	2970-2850	2931,55	2931,8	2924,09
C-O	1300-1050	1239,42	1575,84	1598,99
N-H	1640-1550	-	1203,58	-
N=N	1630-1575	-	-	1259,52
S=O	1375-1300	-	-	1338,60

B. Pembahasan

1. Ekstraksi Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*)

Kulit singkong yang telah dipisahkan dari kulit luarnya dibersihkan dengan air untuk menghilangkan pengotor-pengotor yang tersisa. Kemudian, dikeringkan di suhu ruang untuk mengurangi kadar airnya. Sampel yang kering dihaluskan menggunakan blender agar memudahkan proses ekstraksi.

Ekstrak yang dihasilkan didiamkan hingga membentuk endapan, kemudian disaring dan dibilas lagi hingga membentuk endapan berwarna putih. Lalu, disaring dan residu yang dihasilkan dikeringkan dalam oven suhu 70°C. Pati yang dihasilkan memiliki warna putih kecoklatan, tidak berbau dan teksturnya halus. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018: 31) memperoleh bahwa pati kulit singkong memiliki ciri-ciri berwarna putih dan tidak berbau.

Pati yang dihasilkan yaitu sebanyak 27,2698% dalam 500 gram kulit singkong basah. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2017: 120) memperoleh kandungan pati dalam kulit singkong sebanyak 25-35%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kandungan pati pada kulit singkong, seperti jenis tanah yang digunakan untuk menanam, unsur hara yang terdapat pada tanah, serta suhu dan juga kelembabannya (Ariani, 2017: 120).


2. Hidrogel dari Pati Kulit Singkong (*Manihot esculenta cranz*)

Hidrogel disintesis dengan menggunakan tiga bahan dasar. Pati yang telah diekstrak dari kulit singkong berperan sebagai polimer utama berfungsi sebagai bentuk dasar hidrogel, kitosan sebagai polimer sekunder berfungsi untuk meningkatkan daya serap hidrogel serta meningkatkan penampilan hidrogel, dan natrium tripoliposfat sebagai pengikat silang berfungsi sebagai penghubung antara

polimer yang satu dengan polimer yang lainnya, serta penambahan sorbitol sebagai *plastisizer* yang akan membuat gel menjadi lembut dan elastis.

3. Uji Daya Serap Air

Uji daya serap hidrogel menunjukkan kemampuan hidrogel dalam menyerap air berdasarkan perbedaan jumlah pengikat silangnya.

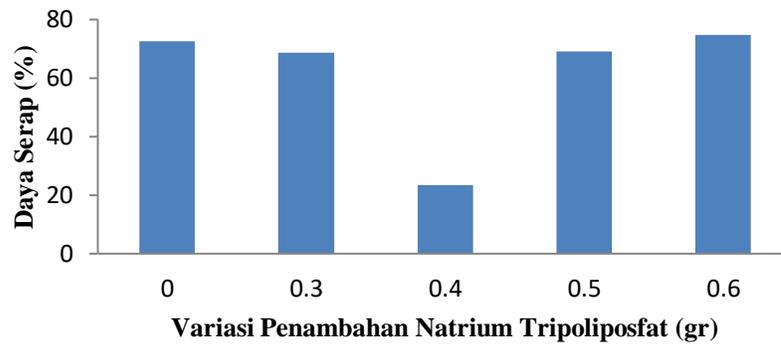

Gambar 4.3. Hubungan Variasi Penambahan Natrium Tripoliposfat dengan Daya Serap Hidrogel


Penelitian yang dilakukan oleh Alifa (2013) menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan pengikat silang maka kemampuannya dalam menyerap air semakin rendah dan strukturnya menjadi keras dan kuat, sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hidrogel yang menyerap air paling tinggi yaitu dengan penambahan 0,6 gram pengikat silang sebesar 74,82% dan yang menyerap air paling rendah dengan penambahan pengikat silang sebanyak 0,4 gram yaitu 23,37%. Adapun faktor penyebab terjadinya perbedaan pada proses penyerapan yaitu dikarenakan luas permukaan hidrogel yang tidak beraturan, sehingga terjadi perbedaan daya serap hidrogel. Selain dari pada itu, bahan utama yang digunakan juga berbeda, sehingga mempengaruhi daya serap airnya.

Dari hasil yang didapatkan, diperoleh hidrogel yang baik dalam menyerap air yaitu pada penambahan pengikat silang 0,4 gram sebesar 23,37% karena pada

kondisi ini hidrogel berada pada bentuk maksimalnya, yaitu keras dan kaku, serta mampu mempertahankan air untuk waktu yang cukup lama. Sedangkan pada penambahan pengikat silang 0,5; dan 0,6 gram hidrogel memiliki bentuk yang lunak dan air tidak dapat tertahan untuk waktu yang cukup lama. Penambahan ikat silang akan membuat struktur hidrogel semakin rapuh (Adawiyah, 2016: 57).

4. Uji Degradasi Zat Warna Metanil Kuning

Degradasi zat warna metanil kuning oleh hidrogel dengan penambahan pengikat silang sebanyak 0,4 gram.

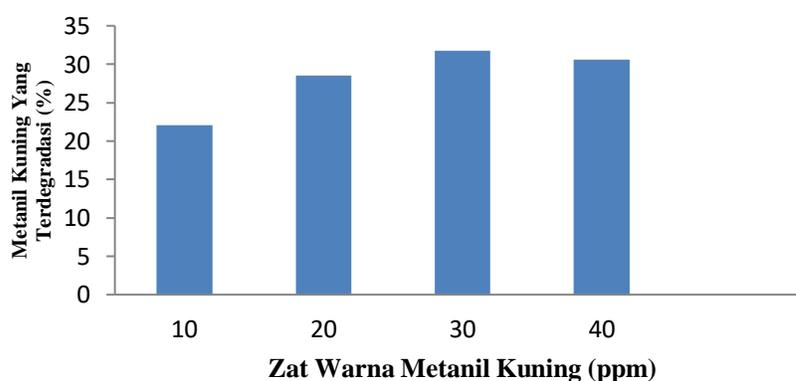

Gambar 4.4. Hubungan Konsentrasi Metanil Kuning dengan Persen Degradasi oleh Hidrogel


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kemampuan hidrogel dalam menyerap zat warna metanil kuning akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi zat warna sampai pada konsentrasi maksimum yaitu 30 ppm sebesar 31,7283% lalu mengalami penurunan penyerapan pada konsentrasi 40 ppm yaitu sebesar 30,5635%.

Bertambahnya konsentrasi zat warna metanil kuning maka semakin bertambah pula kemampuan hidrogel dalam menyerap zat warna metanil kuning, namun kemampuan hidrogel pada penelitian ini hanya mampu menyerap hingga

konsentrasi 30 ppm sebesar 31,7283% dan mengalami penurunan penyerapan pada konsentrasi 40 ppm yaitu 30,5635%.


5. Karakterisasi Menggunakan FTIR

Karakterisasi menggunakan FTIR berfungsi untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada pati kulit singkong, hidrogel dari pati kulit singkong sebelum dan setelah dikontakkan dengan zat warna.

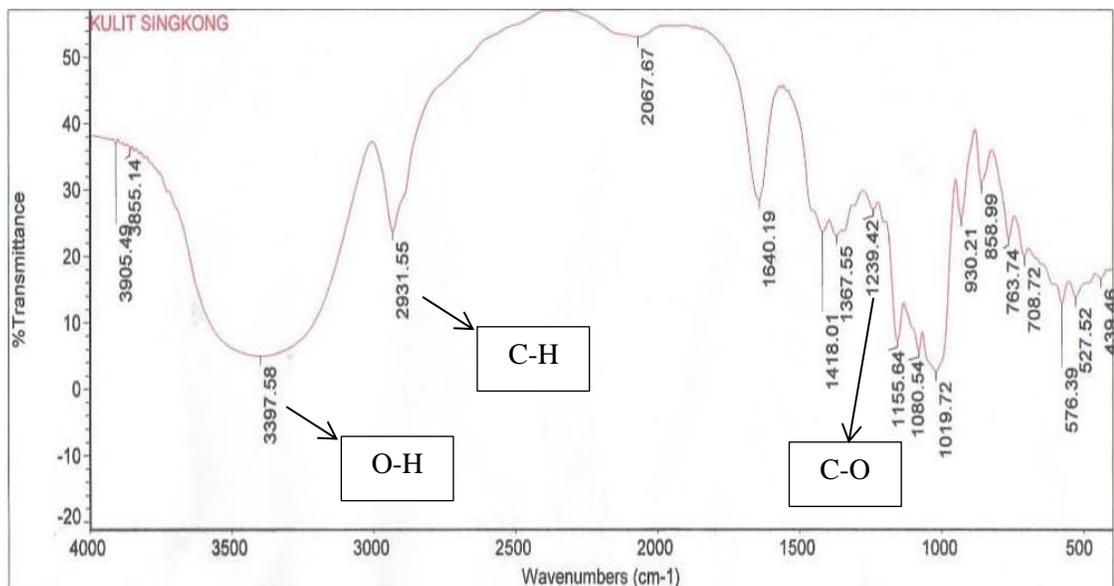


Gambar 4.5. Spektrum FTIR Pati Kulit Singkong

Lestari (2018: 51) melaporkan bahwa dalam pati kulit singkong terdapat gugus O-H, gugus C-H, dan gugus C-O. Berdasarkan hasil yang diperoleh, pada kulit singkong diketahui memiliki gugus O-H pada daerah serapan 3397,58 cm⁻¹, gugus C-H pada daerah serapan 2931,55 cm⁻¹ dan gugus C-O pada daerah serapan 1239,42 cm⁻¹. Sebagaimana yang diketahui bahwa gugus fungsi tersebut adalah penyusun pati.

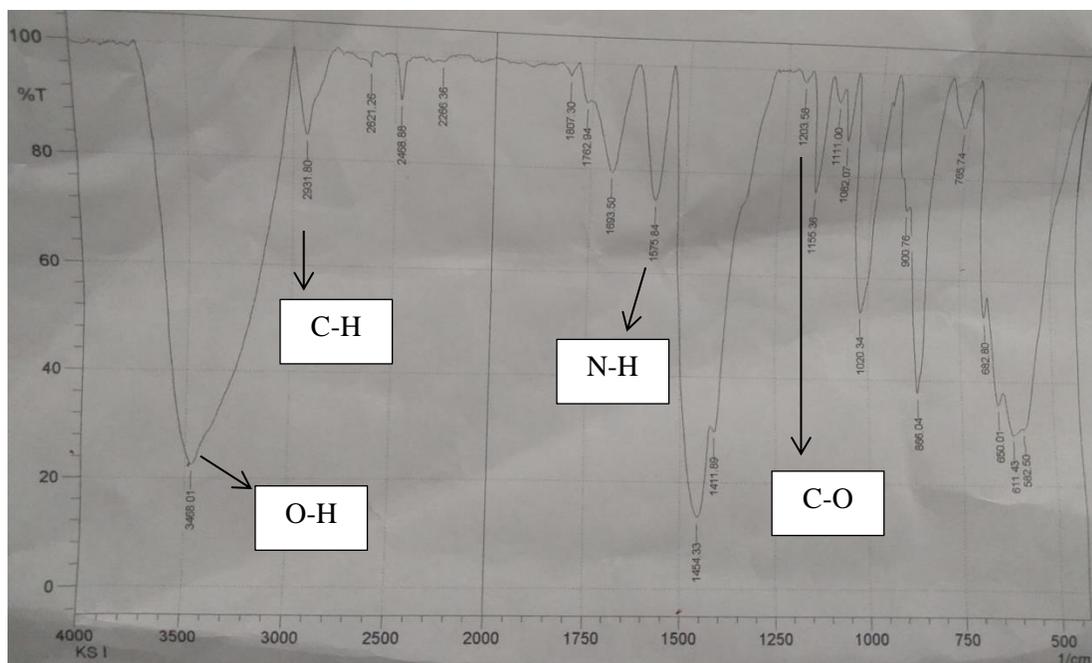

Gambar 4.6. Spektrum FTIR Hidrogel Pati Kulit Singkong


Karakterisasi hidrogel dari pati kulit singkong setelah penambahan kitosan, natrium tripolifosfat dan sorbitol dengan menggunakan FTIR yaitu memperlihatkan adanya gugus O-H pada daerah serapan $3468,01 \text{ cm}^{-1}$, gugus C-H pada daerah serapan $2931,8 \text{ cm}^{-1}$, gugus C-O pada daerah serapan $1203,58 \text{ cm}^{-1}$ dan gugus N-H pada daerah serapan $1575,84 \text{ cm}^{-1}$. Jika dibandingkan dengan gugus fungsi pati kulit singkong, perbedaannya terletak pada munculnya gugus baru yaitu gugus N-H yang diduga berasal dari kitosan. Selain itu, penambahan kitosan dan sorbitol pada pati kulit singkong menyebabkan daerah serapan O-H meningkat. Semakin tinggi nilai serapan maka semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk, sebaliknya semakin rendah nilai serapan maka ikatan hidrogen yang terbentuk semakin sedikit (Munir, 2017: 42).

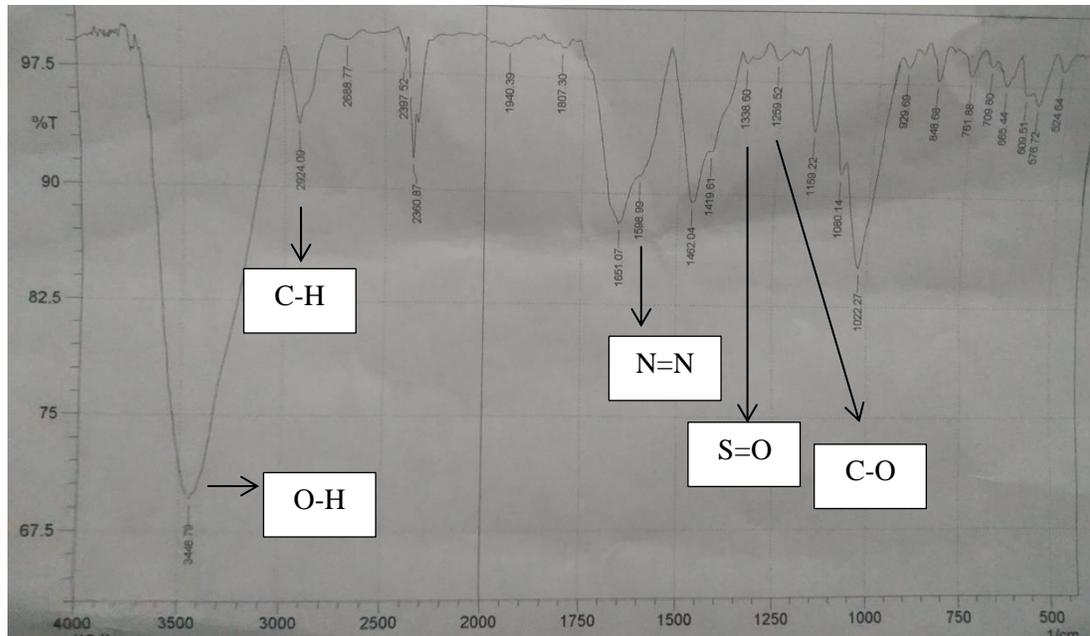

Gambar 4.7. Spektrum FTIR Hidrogel Pati Kulit Singkong setelah absorpsi

Karakterisasi hidrogel yang telah dikontakkan dengan zat warna metanil kuning menggunakan FTIR memperlihatkan adanya gugus O-H pada daerah serapan $3446,79 \text{ cm}^{-1}$, gugus C-H pada daerah serapan $2924,09 \text{ cm}^{-1}$, gugus C-O pada daerah serapan $1259,52 \text{ cm}^{-1}$, gugus N=N pada daerah serapan $1598,99 \text{ cm}^{-1}$, dan gugus S=O pada daerah serapan $1338,6 \text{ cm}^{-1}$. Jika dibandingkan dengan hidrogel sebelum dikontakkan dengan zat warna, perbedaannya terletak pada munculnya gugus baru yaitu gugus N=N dan S=O yang di duga berasal dari zat warna metanil kuning karena gugus tersebut merupakan penyusun zat warna metanil kuning. Penelitian yang dilakukan oleh Lesbani (2011) bahwa gugus N=N dapat ditemukan pada panjang gelombang $1630\text{-}1450 \text{ cm}^{-1}$ dan gugus S=O dapat ditemukan pada panjang gelombang $1375\text{-}1300 \text{ cm}^{-1}$.

Hasil FTIR menunjukkan bahwa terjadi ikatan kimia antara hidrogel dan zat warna, dapat dilihat pada gambar 4.8.

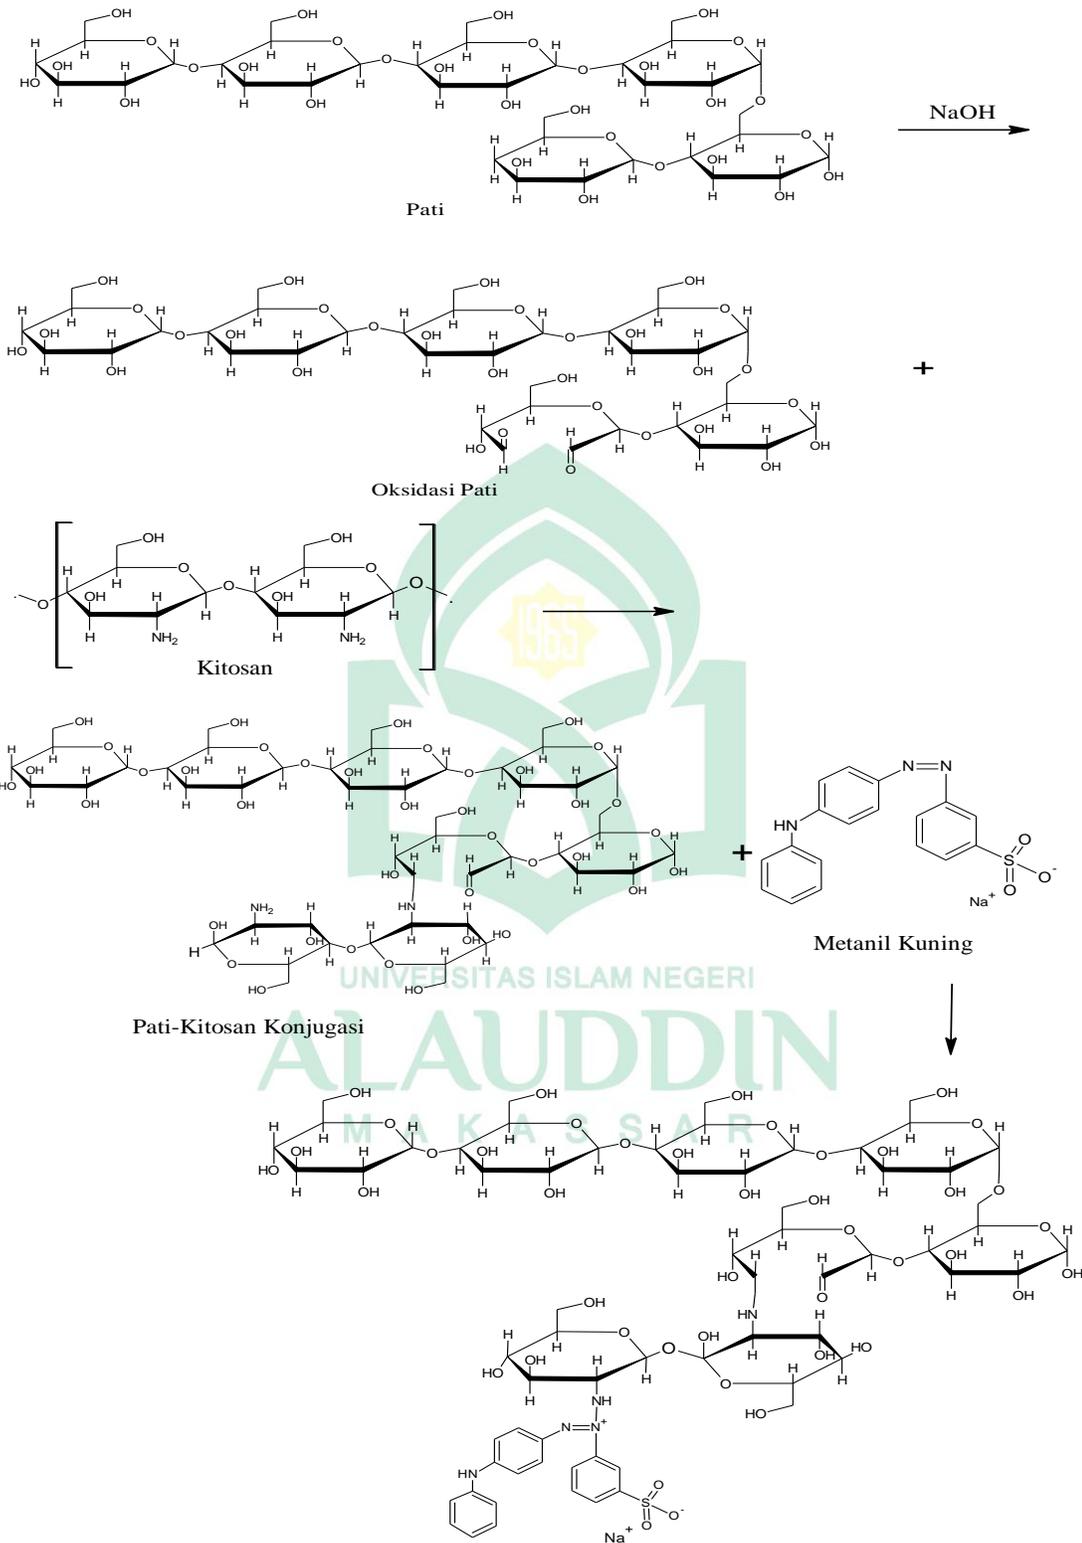

Hasil dari penelitian ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah swt, Dia menciptakan segala sesuatu dengan sangat detail dan terperinci. Betapa banyak ciptaan-Nya di dunia ini dan segalanya memiliki fungsinya masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3: 190-191.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ ١٩٠ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ ١٩١

Terjemahnya :

“190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak diciptakan dengan sia-sia, melainkan memiliki fungsinya masing-masing. Seperti kulit singkong, kebanyakan orang hanya menganggap kulit singkong sebagai sampah yang layak untuk dibuang, tetapi melalui penelitian ini membuktikan bahwa ternyata sesuatu yang dianggap sampah sekali dan tidak memiliki manfaat seperti kulit singkong, justru dapat digunakan sebagai absorben zat warna metanil kuning.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan :

1. Karakteristik pati kulit singkong dengan FTIR memperlihatkan adanya gugus-gugus O-H, C-H dan C-O pada pati kulit singkong. sedangkan hidrogel dari pati kulit singkong menunjukkan adanya gugus baru yaitu gugus fungsi N-H dan hidrogel yang telah dikontakkan dengan zat warna metanil kuning menunjukkan adanya gugus baru yaitu gugus N=N dan S=O.
2. Kemampuan penyerapan hidrogel terhadap zat warna metanil kuning maksimum pada konsentrasi 30 ppm yaitu sebesar 31,7283%.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya mengukur pH optimum hidrogel terhadap penyerapan zat warna.



DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'anul Al Karim

- Adawiyah, Siti Aisyatus Sa'idatul. "Analisis Modifikasi Kitosan Menggunakan Asam Trikarboksilat Secara *Molecular Docking*". *Skripsi*. Universitas Jember, 2016.
- Adi, Setyono Hari. "Teknologi Nano Untuk Pertanian: Aplikasi Hidrogel Untuk Efisiensi Irigasi". *Sumberdaya Lahan* 6 No.1 (2012): h. 1-16.
- Ahmed, Enas M. "Hydrogel: Preparation, Characterization, and Applications: A Review". *Advanced Research*, No. 6 (2015): h. 105-121.
- Alifa, Dina Fitriana. "Sintesis Dan Karakterisasi Hidrogel Kitosan-Glutaraldehyd dengan Penambahan Asam Laurat Sebagai *Plasticizer* untuk Aplikasi Penutup Luka". (2013): h. 1-21.
- Amri, Syaiful dan M. Pranjoto Utomo. "Preparasi Dan Karakterisasi Komposit ZNO Zeolit untuk Fotodegradasi Zat Warna *Congo Red*". *Kimia Dasar* 6, no 2 (2017): h. 29-36.
- Anam, Choirul dkk. "Analisis Gugus Fungsi Pada Sampel Uji, Bensin Dan Spiritus Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR". *Berkala Fisika* 10, no.1 (2007): h. 79-85.
- Anita, Zulisma dkk. "Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradasi dari Pati Kulit Singkong". *Teknik Kimia USU, article in press* (2013): h. 1-5.
- Ariani, Lina Novi dkk. "Karakteristik Sifat Fisiko Kimia Ubi Kayu Berbasis Kadar Sianida". *Teknologi Pertanian* 18, No. 2 (2017): h. 119-128.
- Artivashist dan Sharif Ahmad. "*Hydrogels: Smart Materials for Drug Delivery*". *Orient. J. Chem* 29, No.3 (2013): h. 861-870.
- Basuki, Bagus Rahmat dan I Gusti Made Sanjaya. "Sintesis Ikatan Silang Kitosan dengan Glutaraldehyd serta Identifikasi Gugus Fungsi dan Derajat Deasetilasinya". *Ilmu Dasar* 10 No. 1 (2009): h. 93-101.
- Bhernama, Bhayu Gita dkk. "Degradasi Zat Warna *Metanil Yellow* Secara Fotolisis dan Penyinaran Matahari dengan Penambahan Katalis TiO_2 -*Anatase* dan SnO_2 ". *Islamic Science and Technology* 1, No.1 (2015): h. 49-62.
- Chirani, Naziha dkk. "*History and Applications of Hydrogels*". *Biomedical Sciences* 4, No. 2:13 (2015): h. 1-23.
- Cundari, lia dkk. "Pengaruh Penggunaan Solven Natrium Karbonat (Na_2CO_3) Terhadap Absorpsi CO_2 Pada Biogas Kotoran Sapi dalam Spray Column". *Teknik Kimia* 20, no. 4 (2014): h. 52-58.
- Dewi, I Gusti Agung Ayu Mirah Pradnya dkk. "Pengaruh Campuran Bahan Komposit dan Konsentrasi Gliserol Terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Kulit Singkong dan Kitosan". *Rekayasa dan Manajemen Agroindustri* 3. No. 3 (2015): h. 41-50.

- Erizal dkk. "Sintesis dan Karakterisasi Hidrogel Superabsorben Berbasis Asam Akrilat Hasil Iradiasi Gamma". *Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi* 11, No. 1 (2015): h. 27-38.
- Erizal dkk. "Sintesis Dan Karakterisasi Biodegradable Hidrogel Superabsorbent Poli(Kalium Akrilat)-G-Glukomanan Dengan Teknik Iradiasi Gamma". *Sains Materi Indonesia* 19, no. 1 (2017): h. 32-38.
- Erna dkk. "Bioetanol dari Limbah Kulit Singkong (*Manihot Esculenta Crantz*) Melalui Proses Fermentasi". *Akademika Kimia* 5, No. 3 (2016): h. 121-126.
- Hastomo, Azis Eko. "Analisis Rhodamin B dan *Metanil Yellow* Dalam Jelly Di Pasar Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Kalsum, Umi dkk. "Pembelajaran Fisika Konsep Kalor dengan Menggunakan Media Pirolisis Sampah Plastik untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Di SMAN 3 Bengkulu Tengah". (2018): h. 41-48.
- Kamsiati, Elmi dkk. "Potensi Pengembangan Plastik *Biodegradable* Berbasis Pati Sagu dan Ubi kayu Di Indonesia". *Litbang Pertanian* 36, No. 2 (2017): h. 67-76.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2016.
- Krisna, Dimas Damar Adi. "Pengaruh Regelatinasi dan Modifikasi Hidrotermal Terhadap Sifat Fisik Pada Pembuatan Edible Film Dari Pati Kacang Merah (*Vigna angularis sp.*)". *Tesis*. Universitas Diponegoro, 2011.
- Lesbani, A. "Studi Interaksi Vanadium dan Nikel dengan pasir kuarsa". *Penelitian Sains* 14 No. 4C (2011).
- Lestari, Cici Try. "Pembuatan Hidrogel Semi Jaringan Polimer Interpenetrasi dari Larutan Pati Singkong dan Asam Akrilat Menggunakan Pengikatsilang Metilen Bisakrilamida". *Skripsi*. Medan : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Maulinda, Leni dkk. "Pemanfaatan Kulit Singkong sebagai Bahan Baku Karbon Aktif". *Teknologi Kimia Unimal* 4, No. 2 (2015): h. 11-19.
- Munir, Moh. Ikhsanuddin Dg. "Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Ampas Tebu (*Baggase*) dalam Pembuatan Film Bioplastik". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Nabila. "Analisis Zat Warna *Methanyl yellow* dalam Tahu Kuning Secara Spektrofotometri UV-VIS". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Noviyanto, Fajrin dkk. "Ketoprofen, Penetapan Kadarnya dalam Sediaan Gel dengan Metode Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel". *Pharmacy* 11, no. 1 (2014): h. 1-8.
- Patiung, grace aprienne bellatrix dkk. "Penggunaan Karbon Aktif Cangkang Pala-TiO₂ untuk Fotodegradasi Zat Warna *Metanil Yellow*". *Mipa Unsrat Online* 3, no. 2 (2014): h. 139-143.


- Rahmadini, Meilida dan Apriani. "Identifikasi Zat Pewarna Makanan *Rhodamin B* dan *Methanil Yellow* Pada Jajanan Anak Sd Di Sdn Rawa Buaya 05 Pt dan 08 Pg Jakarta Barat". *Analisis Kesehatan Klinikal Sains* 5, No.2 (2017): h. 55-60.
- Sani, Arfan dkk. "Pembuatan Fotokatalis TiO_2 -Zeolit Alam Asal Tasikmalaya untuk Fotodegradasi *Methylene Blue*". *Zeolit Indonesia* 8, no. 1 (2009): h. 6-14.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sjaifullah, Achmad dkk. "Sintesis Hidrogel Kopolimer Pati Iles-Iles dengan Asam Akrilat, Akrilamida dan Metilenabisakrilamida sebagai Pembunuh Tanah". *Sains Materi Indonesia* 17, No. 1 (2015): h. 41-46.
- Suryati dkk. "Optimasi Proses Pembuatan Bioplastik dari Pati Limbah Kulit Singkong". *Teknologi Kimia Unimal* 5, no.1 (2016): h. 78-91.
- Suseno, Jatmiko Endro dan K. Sofjan Firdausi. "Rancang Bangun Spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infrared*) untuk Penentuan Kualitas Susu Sapi". *Berkala Fisika* 11, no.1 (2008): h. 23-28.
- Susilo, Anthony. "Pengaruh Pemberian Metanil Yellow Peroral Dosis Bertingkat Selama 30 Hari Terhadap Gambaran Histopatologi Ginjal Mencit Balb/C". *Skripsi*. Universitas Diponegoro, 2014.
- Tanasale, Matheis F.J.D.P. dkk. "Kitosan dari Limbah Kulit Kepiting Rajungan (*Portunus sanguinolentus* L.) sebagai Adsorben Zat Warna Biru Metilena". *Natur Indonesia* 14, No. 2 (2012): h. 165-171.
- Thakur, Sourbh dkk. "Development of a sodium alginate-based organic/inorganic superabsorbent composite hydrogel for adsorption of methylene blue". *Carbohydrate polymers* No. 153 (2016): h. 34-46.
- Thariq, M. Reizal Ath dkk. "Pengembangan Kitosan Terkini pada Berbagai Aplikasi Kehidupan". (2016). h. 49-63.
- Wahyono, Dwi. "Ciri Nanopartikel Kitosan dan Pengaruhnya pada Ukuran Partikel dan Efisiensi Penyalutan Ketoprofen". *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Wahyu, Maulana Karnawidjaja. "Pemanfaatan Pati Singkong Sebagai Bahan Baku *Edible Film*". *Karya Tulis Ilmiah*. Universitas Padjadjaran, 2009.
- Wahyuningtyas, Meliana. "Pembuatan dan Karakterisasi Film Pati Kulit Ari Singkong/Kitosan dengan *Plasticizer* Asam Oleat". *Skripsi*. Institut Teknologi Sepuluh November, 2015.

Lampiran 1. Skema Penelitian

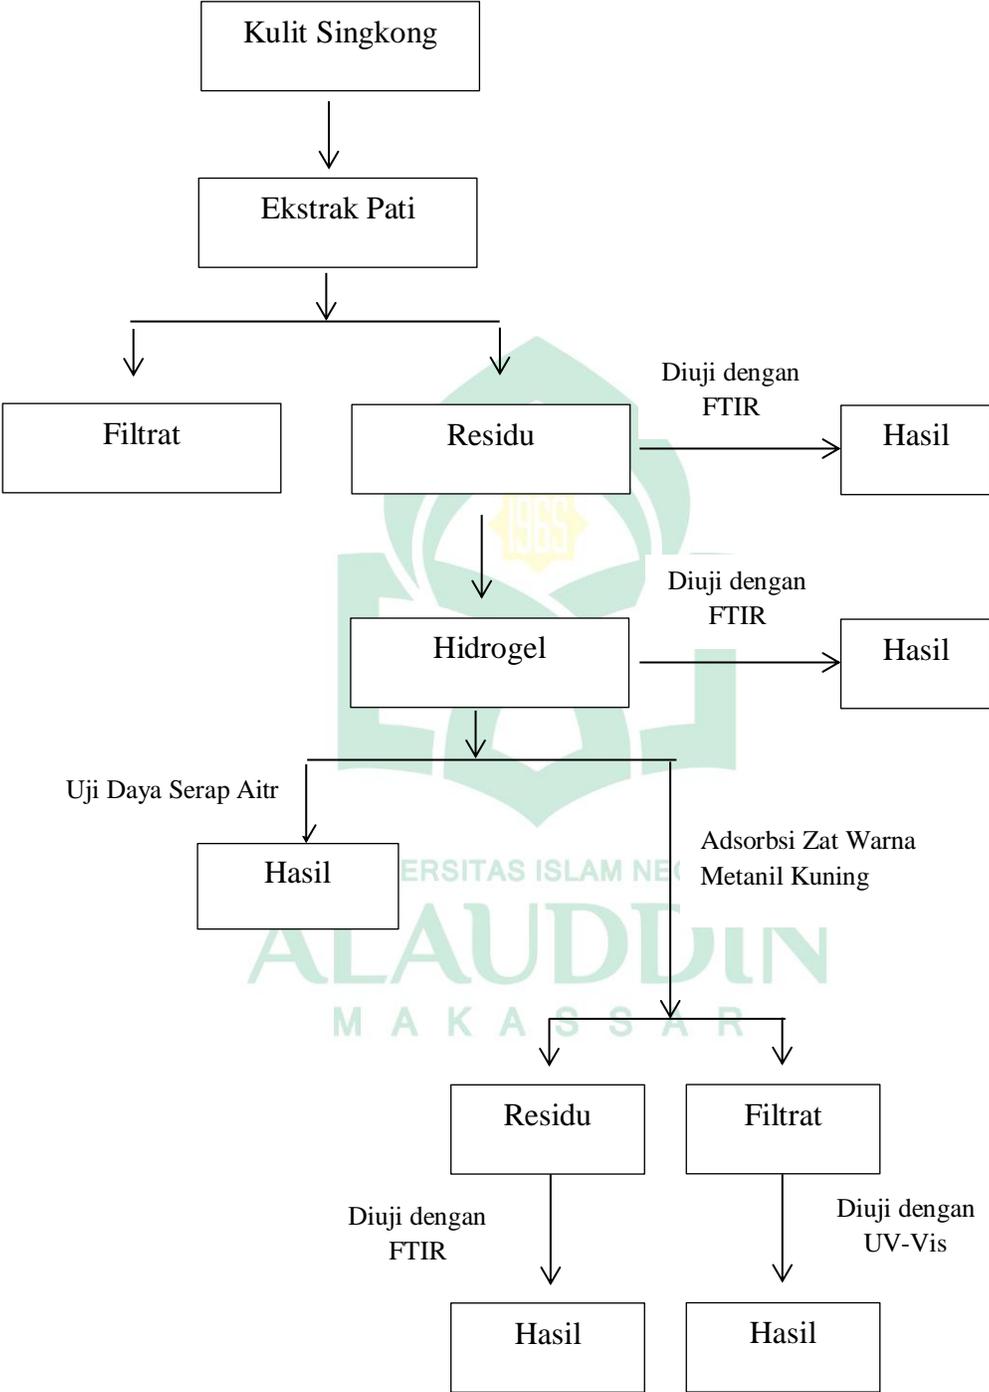


Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja Ekstraksi Pati dari Kulit Singkong

A. Preparasi Kulit Singkong

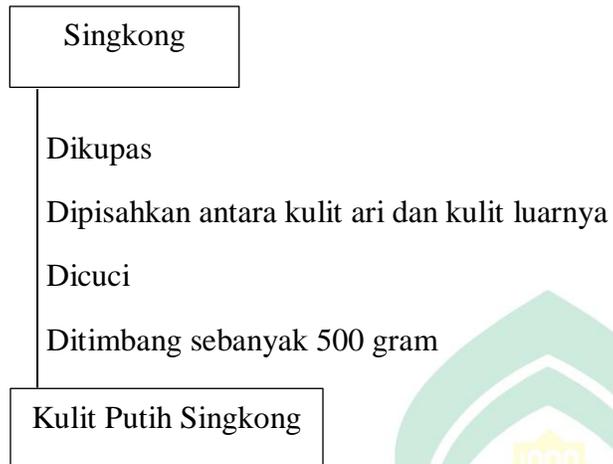


B. Pati dari Kulit Singkong

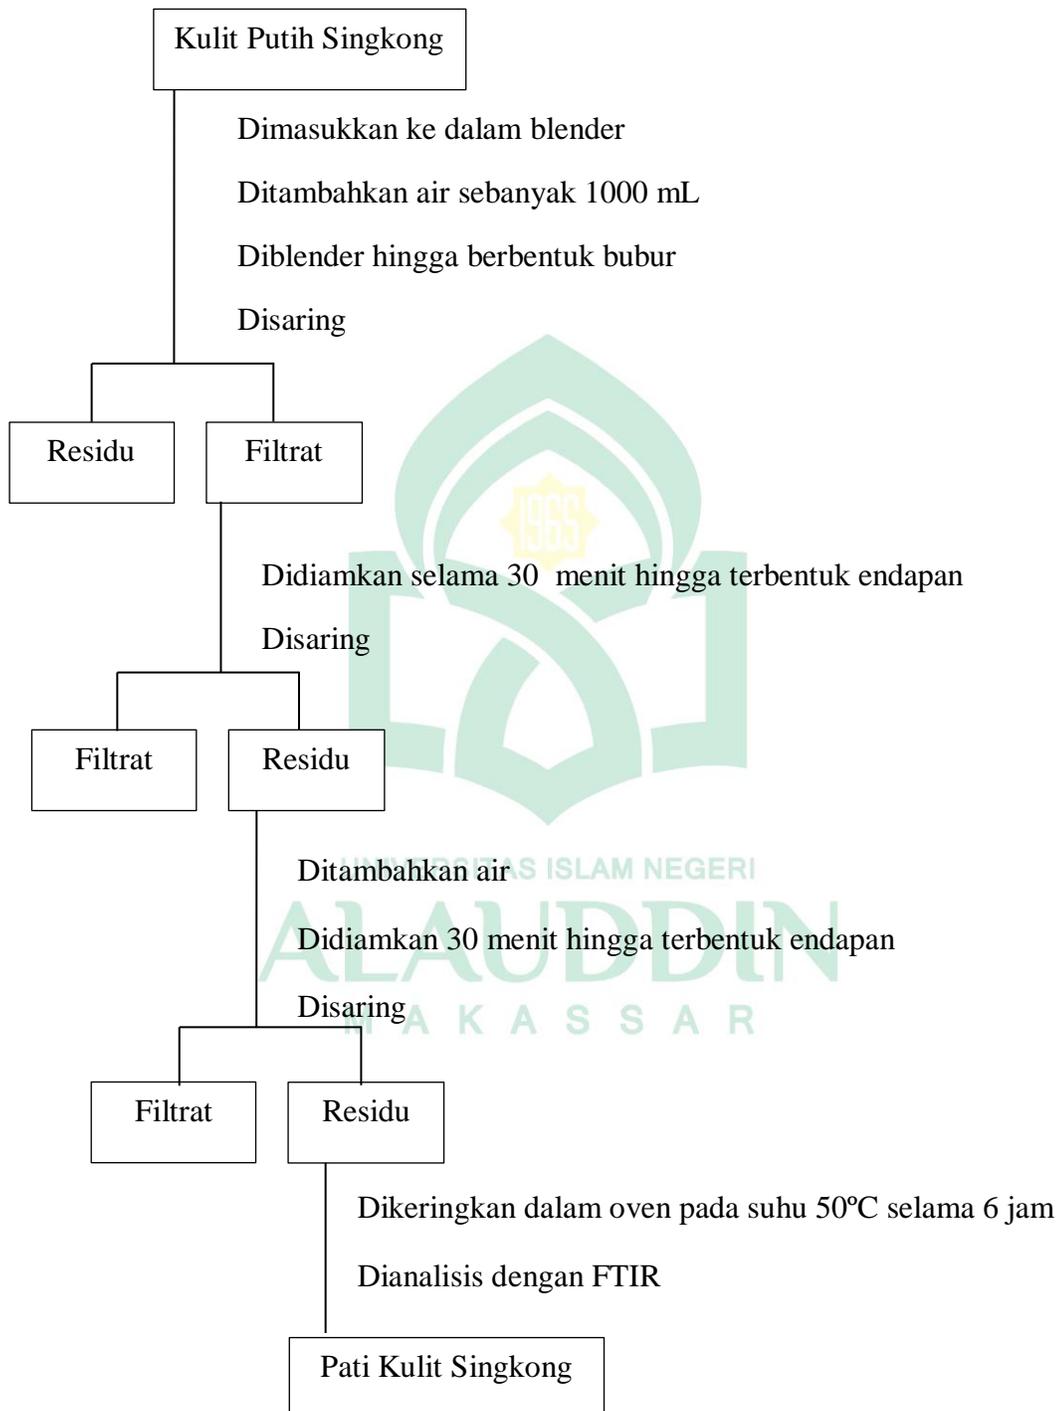


Lampiran 3. Skema Prosedur Kerja Pembuatan Hidrogel

C. Pembuatan Larutan Pati Kulit Singkong

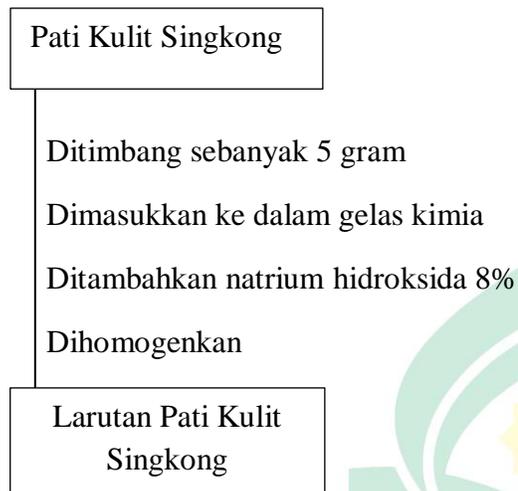

D. Pembuatan Larutan Kitosan

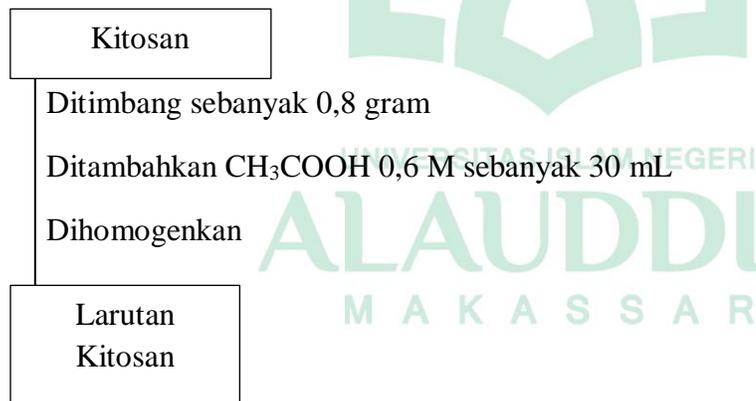

E. Pembuatan Hidrogel

Larutan Pati
Kulit Singkong

Dipipet Sebanyak 50 mL

Dimasukkan ke dalam gelas kimia

Ditambahkan larutan kitosan sebanyak 30 mL

Ditambahkan $K_2S_2O_8$ sebanyak 0,2 gram

Dihomogenkan

Diaduk menggunakan *magnetic stirrer* selama 5 menit

Ditambahkan natrium tripolifosfat berturut-turut sebanyak 0; 0,3; 0,4; 0,5 dan 0,6 gram ke dalam 5 gelas kimia

Ditambahkan sorbitol sebanyak 2 mL

Diaduk menggunakan *magnetic stirrer* selama 15 menit

Dituang ke dalam cawan petri


Di keringkan dalam oven pada suhu $60^{\circ}C$ selama 5 jam

Di diamkan pada suhu ruang


Hidrogel

Lampiran 4. Skema Prosedur Kerja Absorpsi Hidrogel


F. Preparasi Larutan Induk Metanil Kuning

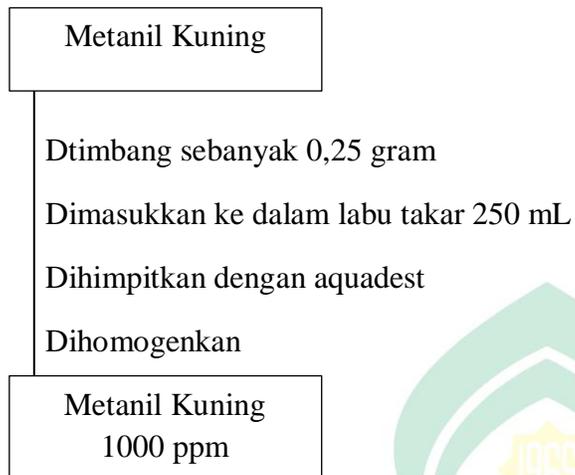


G. Preparasi Larutan Standar Metanil Kuning

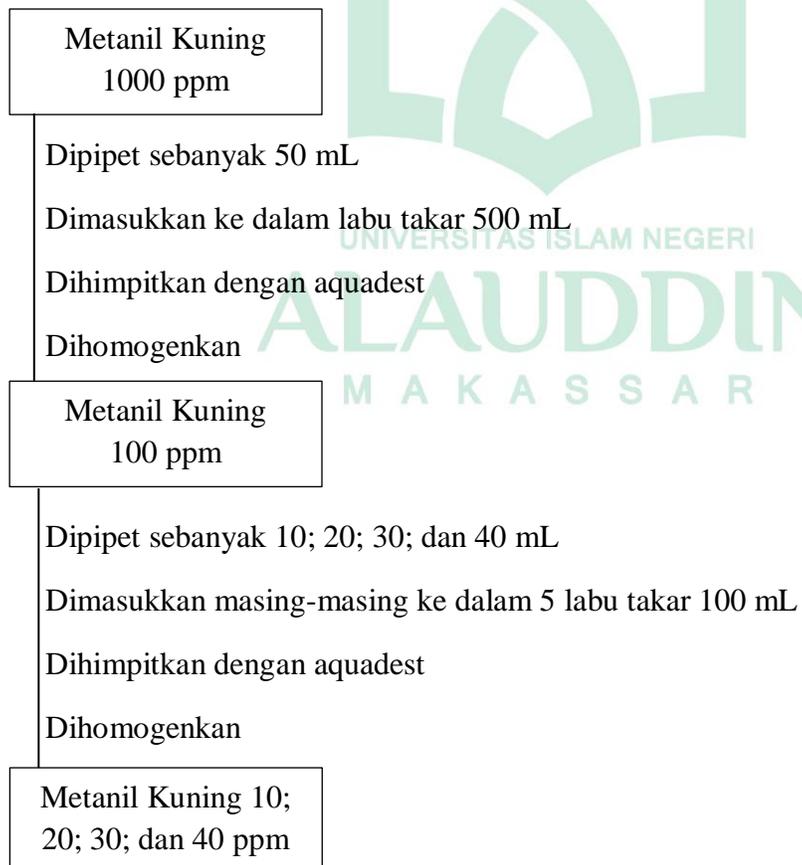

H. Uji Swelling

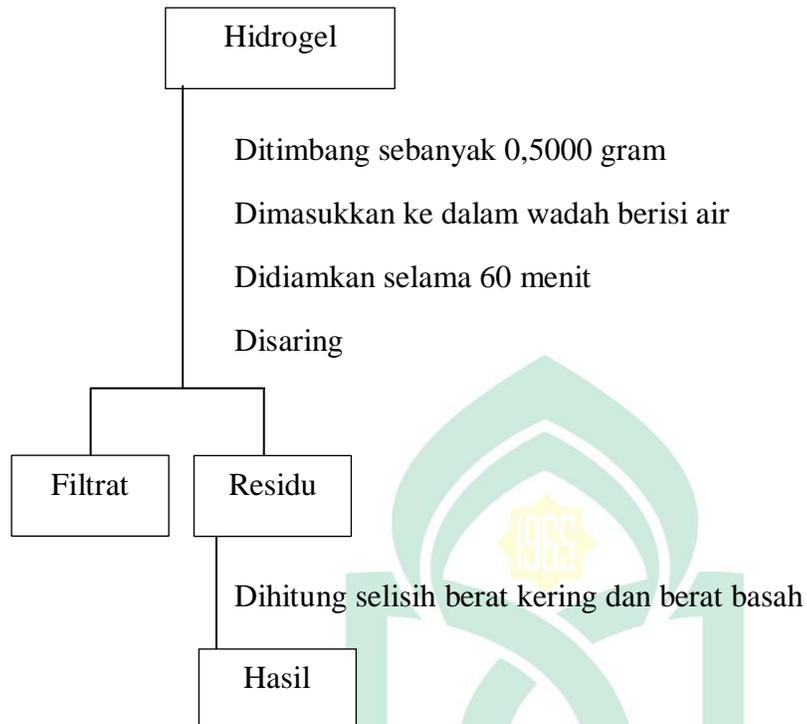


I. Absorpsi Zat Warna Metanil Kuning

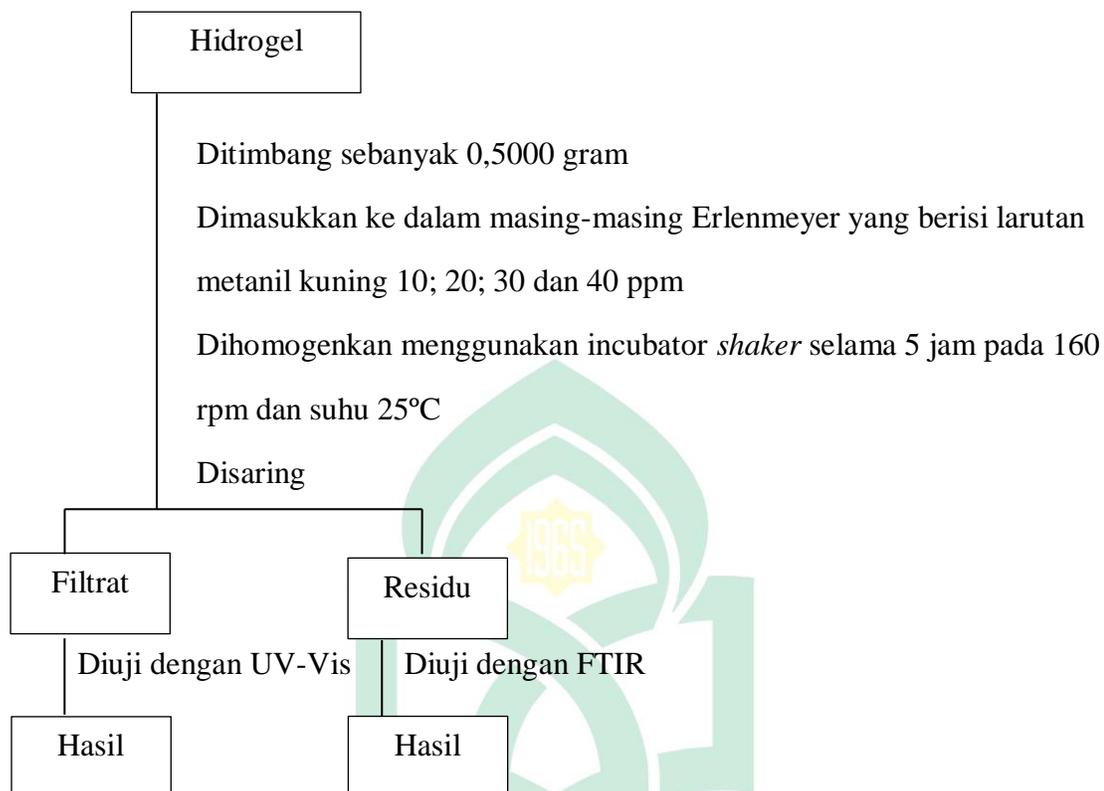

Lampiran 5. Penentuan Kurva Standar Metanil Kuning

No.	Zat Warna Metanil Kuning (ppm)	Absorbansi
1.	Blanko	0,0419
2.	10	0,6538
3.	20	1,3569
4.	30	2,0260
5.	40	2,7100

Kurva Larutan Standar

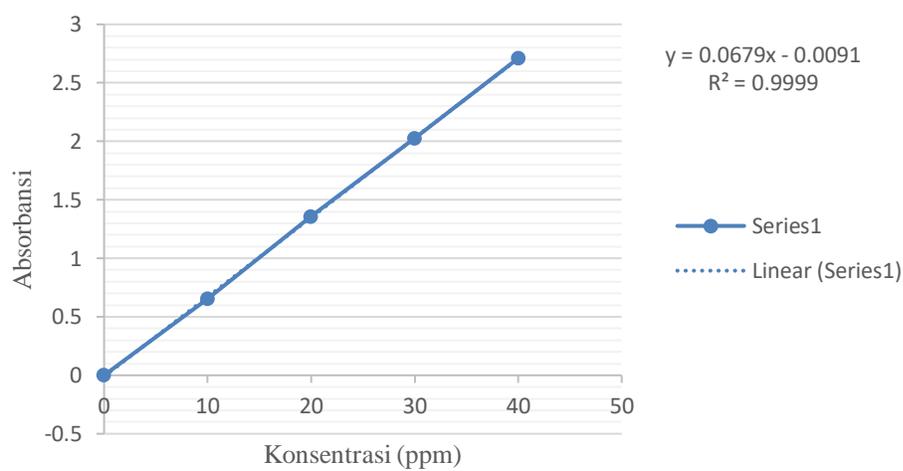

Lampiran 6. Perhitungan Kandungan Pati Kulit Singkong (%)

1. Kandungan Pati (%)

Diketahui :

$$\begin{aligned} \text{Massa kulit singkong (basah) (a)} &= 500 \text{ gram} \\ \text{Massa pati (kering) (b)} &= 27,2698 \text{ gram} \\ \text{Kadar air pada kulit singkong (c)} &= 60\% \end{aligned}$$

Ditanyakan :

$$\text{Kandungan pati (\%)} = \dots?$$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Massa air dalam kulit singkong (d)} &= a \times c \\ &= 500 \text{ gram} \times 60\% \\ &= 300 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi, massa air dalam 500 gram kulit singkong basah adalah 300 gram.

$$\begin{aligned} \text{Massa kulit singkong kering (e)} &= a - d \\ &= 500 \text{ gram} - 300 \text{ gram} \\ &= 200 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi, massa kulit singkong kering adalah 200 gram.

Karena kulit singkong tidak dapat dihaluskan dengan blender jika tidak ditambahkan air, maka kulit singkong ditambahkan air sebanyak 2 kali lipat dari massa kulit singkong awal, sehingga :

$$\begin{aligned} \text{Massa Kulit Singkong Kering} &= \frac{\text{massa kulit singkong kering}}{2} \\ &= \frac{200 \text{ gram}}{2} \\ &= 100 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi, massa total kulit singkong kering yaitu 100 gram.

Massa Kulit Singkong Kering

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{massa pati kering}}{\text{massa total kulit singkong kering}} \times 100\% \\ &= \frac{27,2698\text{-gram}}{100\text{ gram}} \times 100\% \\ &= 27,2698\% \end{aligned}$$

Jadi, kandungan pati dalam 500 gram kulit singkong basah yaitu 27,2698%



Lampiran 7. Perhitungan Pembuatan Larutan

1. Konsentrasi Natrium Hidroksida (NaOH) (%b/v)

Diketahui :

$$\text{Massa NaOH p.a} = 8 \text{ gram}$$

$$\text{Volume aquadest} = 100 \text{ mL}$$

Ditanyakan :

$$\text{Konsentrasi NaOH \%b/v} = \dots?$$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi NaOH \%b/v} &= \frac{\text{massa NaOH}}{\text{volume aquadest}} \times 100\% \\ &= \frac{8 \text{ gram}}{100 \text{ mL}} \times 100\% \\ &= 8 \text{ \%b/v} \end{aligned}$$

Jadi, konsentrasi NaOH p.a 8 gram yang dilarutkan dalam 100 mL aquadest adalah 8%b/v.

2. Pembuatan Asam Asetat (CH₃COOH) 0,6M

Diketahui :

$$\text{Konsentrasi CH}_3\text{COOH} = 100 \%$$

$$\text{Berat jenis (Bj)} = 1,05 \text{ g/mL}$$

$$\text{Massa relatif} = 60 \text{ g/mol}$$

$$\text{Volume (V}_2) = 250 \text{ mL}$$

Ditanya :

$$\text{Molaritas (M)} = \dots?$$

$$\text{Volume (V}_1) = \dots?$$

Penyelesaian :

$$M = \frac{\% \times \text{Bj} \times 1000 \text{ mL/L}}{\text{Mr}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\% \times 1,05 \frac{\text{g}}{\text{mL}} \times 1000 \frac{\text{mL}}{\text{L}}}{60 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \times 100\%$$

$$= 17,5 \text{ mol/L}$$

Jadi, molaritas CH_3COOH 100% yaitu 17,5 mol/L, sehingga untuk membuat larutan CH_3COOH 0,6 M maka digunakan rumus pengenceran:

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 17,5 \text{ M} &= 500 \text{ mL} \times 0,6 \text{ M} \\ V_1 &= 17,14 \text{ mL} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan CH_3COOH 0,6 M yaitu dengan melarutkan CH_3COOH 100% sebanyak 17,14 mL dalam 500 mL aquadest.

3. Pembuatan Larutan Induk Metanil Kuning 1000 ppm

Diketahui :

$$\begin{aligned} \text{ppm} &= 1000 \text{ mg/L} \\ \text{Volume} &= 250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L} \end{aligned}$$

Ditanyakan :

$$\text{Massa Metanil Kuning} = \dots?$$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{ppm} &= \frac{\text{massa}}{\text{volume}} \\ 1000 \text{ mg/L} &= \frac{\text{massa}}{0,25 \text{ L}} \\ \text{Massa} &= 250 \text{ mg} \\ &= 0,25 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan induk metanil kuning 1000 ppm, maka padatan metanil kuning sebanyak 0,25 gram dilarutkan dalam 250 mL aquadest.

4. Pembuatan Larutan Standar Metanil Kuning 100 ppm

Diketahui :

$$\text{Ppm}_1 = 1000 \text{ mg/L}$$

$$\text{Volume (V}_1) = 500 \text{ mL}$$

$$\text{Ppm}_2 = 100 \text{ ppm}$$

Ditanyakan :

$$\text{Volume (V}_2) = \dots?$$

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} V_1 \times \text{ppm}_1 &= V_2 \times \text{ppm}_2 \\ V_1 \times 1000 \text{ mg/L} &= 500 \text{ mL} \times 100 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 50 \text{ mL} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan metanil kuning 100 ppm, diencerkan larutan metanil kuning 1000 ppm sebanyak 50 mL dalam 500 mL aquadest.

5. Pembuatan Deret Standar Metanil Kuning 10; 20; 30; dan 40 ppm

Dari larutan metanil kuning 100 ppm dibuat larutan standar metanil kuning 10; 20; 30; dan 40 ppm dalam 100 mL aquadest dengan menggunakan rumus pengenceran.

Pembuatan deret standar metanil kuning 10 ppm

$$\begin{aligned} V_1 \times \text{ppm}_1 &= V_2 \times \text{ppm}_2 \\ V_1 \times 100 \text{ mg/L} &= 100 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 10 \text{ mL} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan metanil kuning 10 ppm, diencerkan larutan metanil kuning 100 ppm sebanyak 10 mL dalam 100 mL aquadest.

Pembuatan deret standar metanil kuning 20 ppm

$$\begin{aligned} V_1 \times \text{ppm}_1 &= V_2 \times \text{ppm}_2 \\ V_1 \times 100 \text{ mg/L} &= 100 \text{ mL} \times 20 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 20 \text{ mL} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan metanil kuning 20 ppm, diencerkan larutan metanil kuning 100 ppm sebanyak 20 mL dalam 100 mL aquadest.

Pembuatan deret standar metanil kuning 30 ppm


$$\begin{aligned} V_1 \times \text{ppm}_1 &= V_2 \times \text{ppm}_2 \\ V_1 \times 100 \text{ mg/L} &= 100 \text{ mL} \times 30 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 30 \text{ mL} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan metanil kuning 30 ppm, diencerkan larutan metanil kuning 100 ppm sebanyak 30 mL dalam 100 mL aquadest.

Pembuatan deret standar metanil kuning 40 ppm

$$\begin{aligned} V_1 \times \text{ppm}_1 &= V_2 \times \text{ppm}_2 \\ V_1 \times 100 \text{ mg/L} &= 100 \text{ mL} \times 40 \text{ mg/L} \\ V_1 &= 40 \text{ mL} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan metanil kuning 40 ppm, diencerkan larutan metanil kuning 100 ppm sebanyak 40 mL dalam 100 mL aquadest

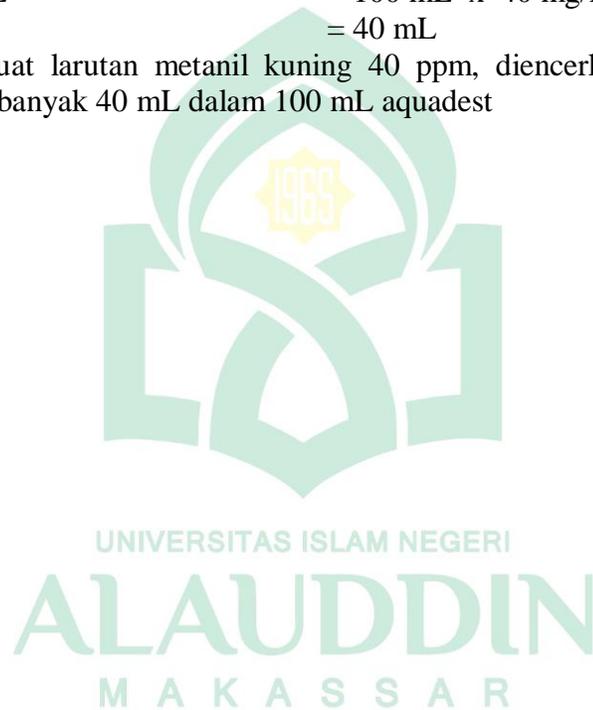

Lampiran 8. Perhitungan Daya Serap Air oleh Hidrogel

No.	Penambahan Natrium Tripolifosfat (gr)	Bobot Awal (gr)	Bobot Akhir (gr)
1.	0	0,5001	1,8251
2.	0,3	0,5001	1,5944
3.	0,4	0,5001	0,6527
4.	0,5	0,5005	1,6185
5.	0,6	0,5000	1,9859

Penambahan Natrium Tripolifosfat 0 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ daya serap air} &= \frac{\text{bobot akhir} - \text{bobot awal}}{\text{bobot akhir}} \times 100\% \\
 &= \frac{1,8251 \text{ g} - 0,5001 \text{ g}}{1,8251 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 72,59\%
 \end{aligned}$$

Jadi, daya serap hidrogel dengan penambahan 0 gram natrium tripolifosfat adalah 72,59%.

Penambahan Natrium Tripolifosfat 0,3 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ daya serap air} &= \frac{\text{bobot akhir} - \text{bobot awal}}{\text{bobot akhir}} \times 100\% \\
 &= \frac{1,5944 \text{ g} - 0,5001 \text{ g}}{1,5944 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 68,63\%
 \end{aligned}$$

Jadi, daya serap hidrogel dengan penambahan 0,3 gram natrium tripolifosfat adalah 68,63%.

Penambahan Natrium Tripolifosfat 0,4 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ daya serap air} &= \frac{\text{bobot akhir} - \text{bobot awal}}{\text{bobot akhir}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,6527 \text{ g} - 0,5001 \text{ g}}{0,6527 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 23,37\%
 \end{aligned}$$

Jadi, daya serap hidrogel dengan penambahan 0,4 gram natrium tripolifosfat adalah 23,37%.

Penambahan Natrium Tripolifosfat 0,5 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ daya serap air} &= \frac{\text{bobot akhir} - \text{bobot awal}}{\text{bobot akhir}} \times 100\% \\
 &= \frac{1,6185 \text{ g} - 0,5005 \text{ g}}{1,6185 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 69,07\%
 \end{aligned}$$

Jadi, daya serap hidrogel dengan penambahan 0,5 gram natrium tripolifosfat adalah 69,07%.

Penambahan Natrium Tripolifosfat 0,6 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ daya serap air} &= \frac{\text{bobot akhir} - \text{bobot awal}}{\text{bobot akhir}} \times 100\% \\
 &= \frac{1,9859 \text{ g} - 0,5000 \text{ g}}{1,9859 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 74,82\%
 \end{aligned}$$

Jadi, daya serap hidrogel dengan penambahan 0,6 gram natrium tripolifosfat adalah 74,82%.

Lampiran 9. Perhitungan Degradasi Zat Warna Metanil Kuning oleh Hidrogel

No.	Zat Warna Metanil Kuning (ppm)	Absorbansi
1.	10	0,5202
2.	20	0,9618
3.	30	1,3816
4.	40	1,8768

Penentuan konsentrasi sisa Metil Kuning yaitu dengan menggunakan persamaan regresi linier.

$$Y = 0,0679x - 0,091$$

$$Y = bx + a$$

a. 10 ppm

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{0,5202 - (-0,0091)}{0,0679}$$

$$x = \frac{0,5293}{0,0679}$$

$$x = 7,795$$


b. 20 ppm

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{0,9618 - (-0,0091)}{0,0679}$$

$$x = \frac{0,9709}{0,0679}$$

$$x = 14,2989$$

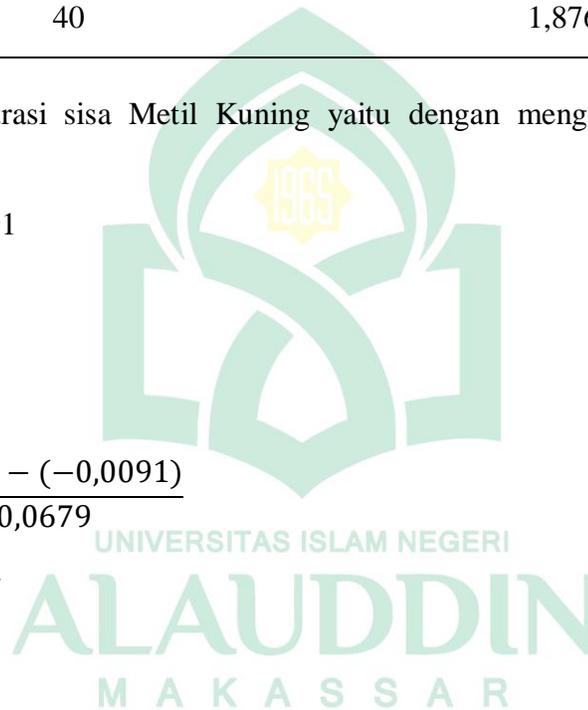

c. 30 ppm

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{1,3816 - (-0,0091)}{0,0679}$$

$$x = \frac{1,3907}{0,0679}$$

$$x = 20,4815$$


d. 40 ppm

$$x = \frac{y - a}{b}$$

$$x = \frac{1,8768 - (-0,0091)}{0,0679}$$

$$x = \frac{27,7746}{0,0679}$$

$$x = 27,7746$$

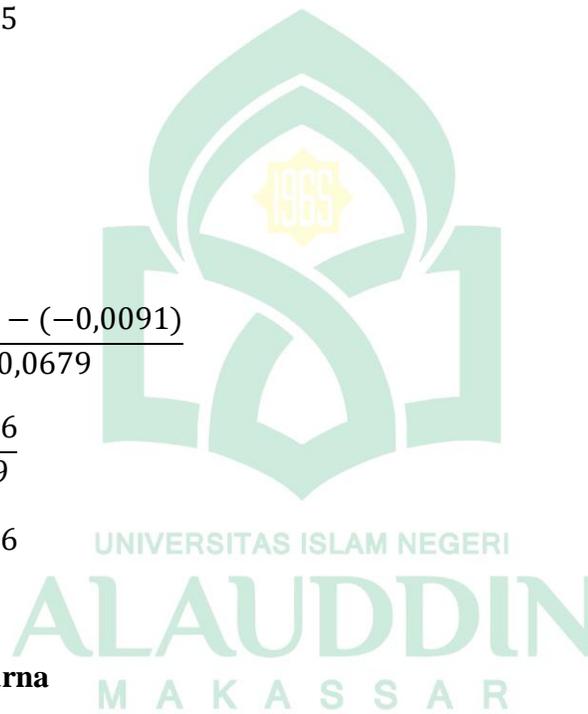

Degradasi Zat Warna

$$\% \text{ degradasi} = \frac{C_0 - C}{C_0} \times 100\%$$

Keterangan :

C_0 : konsentrasi awal

C : konsentrasi akhir

a. 10 ppm

$$\% \text{ degradasi} = \frac{C_o - C}{C_o} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{10 \text{ ppm} - 7,7952}{10 \text{ ppm}} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{2,2048}{10} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = 22,0480\%$$

b. 20 ppm

$$\% \text{ degradasi} = \frac{C_o - C}{C_o} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{20 \text{ ppm} - 14,2989}{20 \text{ ppm}} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{5,7011}{20} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = 28,5005\%$$

c. 30 ppm

$$\% \text{ degradasi} = \frac{C_o - C}{C_o} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{30 \text{ ppm} - 20,4815}{30 \text{ ppm}} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{9,5185}{10} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = 31,7283\%$$

d. 40 ppm

$$\% \text{ degradasi} = \frac{C_o - C}{C_o} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{40 \text{ ppm} - 27,7746}{40 \text{ ppm}} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = \frac{12,2254}{40} \times 100\%$$

$$\% \text{ degradasi} = 30,5635\%$$



Lampiran 10. Dokumentasi Ekstraksi Pati

Kulit Singkong
Dibersihkan



Kulit Singkong
Ditimbang



Kulit Singkong
Diblender



Disaring



Diendapkan



Pati Kulit
Singkong

Lampiran 11. Dokumentasi Pembuatan Hidrogel



Larutan Pati Kulit
Singkong



Hidrogel Kulit
Singkong



Hidrogel Pati Kulit
Singkong Kering



Lampiran 12. Dokumentasi Absorpsi Hidrogel

1. Uji Daya Serap Air



Hidrogel
Ditimbang



Dimasukkan ke
dalam air



Disaring



Hidrogel yang telah
dikontakkan dengan air

2. Pembuatan Larutan Standar



Larutan Induk dan Larutan Standar

3. Uji Degradasi Zat Warna



Hidrogel
Ditimbang



Dimasukkan ke
dalam zat warna dan
di *shaker*



Hidrogel kering yang telah
dikontakkan zat warna

