

**POTENSI KULIT UDANG JERBUNG (*Fenneropenaeus merguensis* de Man)
SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN GELATIN MENGGUNAKAN
PELARUT ASAM ASETAT (CH_3COOH)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANDI IMAS CAHYANI

NIM: 60500115051

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Imas Cahyani
NIM : 60500115051
Tempat/Tgl Lahir : Caramming/ 12 September 1998
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Masjid Muhajirin, Antang
Judul : Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis*
de Man) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin
Menggunakan Pelarut Asam Asetat (CH_3COOH)


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, November 2019

Penyusun


Andi Imas Cahyani
NIM:60500115051

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin Menggunakan Pelarut Asam Asetat (CH_3COOH)” yang disusun oleh Andi Imas Cahyani, Nim : 60500115051 Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan 21 Rabi’ul awwal 1441 H dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia.

Samata, 18 November 2019 M
21 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji I	: Dra. St. Chadijah, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Tahir Maloko, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Firmanely, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NID. 19711402 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus Merguensis* de Man) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin Menggunakan Pelarut Asam Asetat (CH_3COOH)”

Ucapan terimakasih yang tak berhingga untuk kedua orang tua penulis. Untuk (alm) Ibunda dan (alm) Ayahanda tercinta yang selama hidupnya telah menjadi orang tua terbaik sejagad raya, yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, perhatian, cinta, kasih sayang dan do’a sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Firnelty, S.Si., M.Si selaku pembimbing II atas kesabaran dan ketekunan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M. Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si selaku Ketua Jurusan Kimia dan Ibu Dr. Rismawati Sikanna, S.Si., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. St. Chadijah, S.Si., M.Si. selaku penguji I dan Bapak Dr. M. Thahir Maloko M.Hi, selaku penguji II.
5. Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, atas segala didikan serta bantuan yang diberikan kepada kami selama kami kuliah sampai sekarang ini.
6. Seluruh laboran jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar terkhusus Kak Ismawati, S.Si dan bapak Awaluddin, M.Si yang selalu sabar dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.
7. Saudara-saudari saya Andi Reski Tahir dan Sukirman Dzuljalali yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan kerendahan hati, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini..

Samata, November 2019
Penulis,

Andi Imas Cahyani
NIM: 60500115051

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7-21
A. Udang Jerbung (<i>Fenneropenaeus merguensis de Man</i>)	7
B. Protein	8
C. Gelatin.....	10
D. Metode Ekstraksi	15
E. <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR).....	19
F. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).....	20

BAB III METODE PENELITIAN	22-26
A. Waktu dan Tempat.....	22
B. Alat dan Bahan Bahan	22
C. Prosedur Penelitian	23-26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27-44
A. Hasil Penelitian.....	27-31
B. Pembahasan	31-44
BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46-49
LAMPIRAN	50-66
RIWAYAT HIDUP	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Udang Jerbung (<i>Fenneropenaeus merguensis</i> de Man)	7
Gambar 2.2 Struktur Kimia Gelatin	11
Gambar 2.3 Alat <i>Fourier Transform Infrared</i> (FTIR)	19
Gambar 2.4 Alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	21
Gambar 4.1 Rendamen Kulit Udang Jerbung	33
Gambar 4.2 Kadar Air Gelatin Kulit Udang Jerbung	35
Gambar 4.3 Kadar Abu Gelatin Udang Jerbung	36
Gambar 4.4 Derajat Keasaman Gelatin Kulit Udang Jerbung	37
Gambar 4.5 Viskositas Gelatin Kulit Udang Jerbung	39
Gambar 4.6 Kekuatan Gel Gelatin Kulit Udang Jerbung	40
Gambar 4.7 Spektrum FTIR Gelatin Kulit Udang Jerbung	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Mutu Gelatin Menurut SNI No. 06-3735-1995	12
Tabel 2.2 Perbedaan Gelatin Tipe A dan Gelatin Tipe B	13
Tabel 2.3 Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin.....	20
Tabel 4.1 Rendamen Gelatin Kulit Udang Jerbung	27
Tabel 4.2 Kadar Air Gelatin Kulit Udang Jerbung	27
Tabel 4.3 Kadar Abu Gelatin Kulit Udang Jerbung.....	28
Tabel 4.4 pH Gelatin Kulit Udang Jerbung	28
Tabel 4.5 Viskositas Gelatin Kulit Udang Jerbung.....	29
Tabel 4.6 Kekuatan Gel Gelatin Kulit Udang Jerbung	29
Tabel 4.7 Kadar Logam Kadmium (Cd) Gelatin Kulit Udang Jerbung.....	30
Tabel 4.8 Kadar Logam Kalsium (Cu) Gelatin Kulit Udang Jerbung	30
Tabel 4.9 Spektrum FTIR Gelatin Kulit Udang Jerbung	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Umum Penelitian	50
Lampiran 2. Perhitungan Pembuatan Larutan.....	51
Lampiran 3. Analisis Data	52-60
Lampiran 4. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin dengan FTIR	61-63
Lampiran 5. Hasil Analisis Kadar Logam pada Gelatin Kulit Udang Jerbung.....	64-65
Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian.....	66



ABSTRAK

Nama : Andi Imas Cahyani

NIM : 60500115051

Judul : Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin Menggunakan Pelarut Asam Asetat (CH_3COOH)

Gelatin merupakan ikatan polipeptida dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan dari hidrolisis kolagen. Salah satu sumber yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat gelatin yaitu kulit udang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik gelatin yang terbuat dari kulit udang jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) dengan menggunakan pelarut asam asetat (CH_3COOH). Proses hidrolisis dilakukan dengan variasi konsentrasi 1%, 3% dan 6%. Hasil karakteristik sifat fisikokimia gelatin menunjukkan hasil yang sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana nilai rendamen, pH, kadar air, kadar abu, viskositas, kekuatan gel dan logam dalam konsentrasi 1%, 3% dan 6% berturut-turut yaitu (1.22, 1.91 dan 2.06%) untuk rendamen, (6.37, 5.96 dan 5.35) untuk pH, (10.65, 9.8 dan 8.6%) untuk kadar air, (0.19, 0.16, dan 0.13%) untuk kadar abu, (6.74, 6.19 dan 5.81cP) untuk viskositas, (109.06, 97.85 dan 96.15 g.bloom) untuk kekuatan gel, (0.6272, 0.5408 dan 1.0045 mg/Kg) untuk kadar logam Cd, (18.4681, 20.7181 dan 17.4363 mg/Kg) untuk kadar logam Cu. Hasil analisis FTIR gelatin kulit udang konsentrasi 1%, 3% dan 6% menunjukkan adanya serapan khas gugus fungsi N-H dan O-H ($3491,16 \text{ cm}^{-1}$), C-H dan CH_2 ($2960,73 \text{ cm}^{-1}$), C=O dan O-H ($1651,07 \text{ cm}^{-1}$), N-H dan C-N ($15416,05$ dan $1585,45 \text{ cm}^{-1}$), N-H ($1234,44$, $1236,37$ dan $1240,23 \text{ cm}^{-1}$) dan gugus C-O ($1064,71$ dan $1076,28 \text{ cm}^{-1}$). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kulit udang jerbung berpotensi untuk menjadi gelatin menggunakan pelarut asam asetat (CH_3COOH).

Kata Kunci: Asam Asetat, Kulit Udang, FTIR, Gelatin, Polipeptida.

ABSTRACT

Name : Andi Imas Cahyani

NIM : 60500115051

**Title : Potential of Jerbung Shrimp (*Fenneropenaeus merguensis de Man*)
Skin as a Base Material for Making Gelatin Using Acetic Acid
(CH₃COOH) Solvent**

Gelatin is a high molecular weight polypeptide bond produced from the hydrolysis of collagen. One of the sources that can be used as a gelatin maker is shrimp skin. This study aims to determine the characteristics of gelatin made from the skin of jerbung shrimp (*Fenneropenaeus merguensis de Man*) by using acetic acid (CH₃COOH) solvent. Hydrolysis process is done with variations in concentration of 1%, 3% and 6%. The results of the characteristics of gelatin physicochemical properties show results that are in accordance with the requirements of the Indonesian National Standard (SNI) where the value of rendamen, pH, water content, ash content, viscosity, strength of gels and metals in concentrations of 1%, 3% and 6% respectively (1.22 , 1.91 and 2.06%) for rendamen, (6.37, 5.96 and 5.35) for pH, (10.65, 9.8 and 8.6%) for water content, (0.19, 0.16, and 0.13%) for ash content, (6.74, 6.19 and 5.81cP) for viscosity, (109.06, 97.85 and 96.15 g.bloom) for gel strength, (0.6272, 0.5408 and 1.0045 mg / Kg) for Cd metal content, (18.4681, 20.7181 and 17.4363 mg / Kg) for Cu metal content. FTIR analysis results of shrimp skin gelatin concentration of 1%, 3% and 6% showed the presence of typical absorption groups of N-H and O-H functional groups (3491,16 cm⁻¹), C-H and CH₂ (2960.73 cm⁻¹), C=O and O-H (1651.07 cm⁻¹), N-H and C-N (15416.05 and 1585.45 cm⁻¹), N-H (1234.44, 1236.37 and 1240.23 cm⁻¹) and C-O groups (1064.71 and 1076.28 cm⁻¹). From the results of studies that have been done, it was found that the skin of jerbung shrimp has the potential to become gelatin using acetic acid (CH₃COOH) solvent.

Keywords : Acetic Acid, Shrimp Skins, FTIR, Gelatin, Polypeptides.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan luas dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km dan luas wilayah laut 5,4 juta km². Hal ini merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan sumber daya keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. (Saputri., 2017: 1180). Pemanfaatan sumber daya hayati tersebut memiliki peluang untuk pengembangan dalam bidang industri pangan serta obat-obatan. Salah satunya udang yang memberikan berbagai manfaat melalui berbagai macam olahan yang diproses dan dipasarkan, sementara olahan daging udang meninggalkan kulit udang sebagai produk samping yang kurang dimanfaatkan (Ngginak., 2013:128).

Masyarakat selama ini hanya memanfaatkan kulit udang sebagai pakan ternak bahkan tidak sedikit yang membuangnya tanpa pengolahan lebih lanjut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan limbah hasil kelautan tersebut serta untuk meningkatkan nilai ekonomisnya adalah dengan mengolahnya menjadi gelatin. Udang putih mentah memiliki kadar protein 35.69%, karbohidrat 3.20%, lemak 19.00%, air 76.2%, abu 1.20%, asam amino esensial 72, 98%, asam amino non esensial 29,816% (Ngginak, dkk., 2013: 136), sedangkan kulit udang memiliki kandungan protein sebesar 25-40% yang terbagi menjadi 60-75% kolagen, 4-5% elastine dan 20-35% keratine, kemudian udang memiliki kandungan kalsium karbonat sebesar 45-50% dan 15-20% kandungan kitin (Ong Lu Ki, dkk., 2014: 2035), kandungan kolagen yang terdapat pada kulit udang tersebut dapat dikonversi menjadi

gelatin dengan penambahan larutan asam maupun basa (Ong Lu Ki, dkk., 2014: 2035). Pemanfaatan bahan alam telah dijelaskan dalam al-qur'an, QS Al-Imran/3: 190-193.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن
 تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا
 يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
 وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

Terjemahnya:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka Kamipun beriman. Ya Tuhan Kami, ampunilah bagi Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan

Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak berbakti".
(Kementrian Agama, RI: 2012).

Menurut Imani dalam bukunya menyampaikan bahwa Tuhan menciptakan alam raya dan isinya dengan tidak sia-sia. Mereka yang berakal dapat melihat pengetahuan Allah dari segala sesuatu didunia, semakin bijak seseorang, semakin banyak yang dapat ia ketahui, tujuan orang-orang bijak adalah untuk mendapatkan karunia ilahi dan diselamatkan dari api neraka serta dari keburukan di akhirat (Imani, 2003: 428-435).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah swt tidaklah ada yang sia-sia, dengan akal manusia dapat mengenal alam raya dan memiliki kebebasan luas untuk memikirkan fenomenanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuatu yang disia-siakan adalah kulit udang, namun kulit udang ini dapat diubah menjadi sesuatu dengan banyak manfaat, seperti gelatin.

Gelatin memiliki manfaat dalam bidang pangan maupun non pangan, yang menyebabkan kebutuhan akan gelatin begitu besar di pasar internasional, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap gelatin, Indonesia masih mengimpor dari berbagai negara yaitu Cina, Jepang, Prancis, Australia dan Selandia Baru dengan total presentase yaitu 15.782 kg dengan nilai sebesar 9.535.128 dolar AS (Trilaksani, dkk., 2012: 240-241). Gelatin adalah senyawa turunan yang dihasilkan dari serabut kolagen yang berasal dari protein dan terdapat pada bagian kulit, tulang dan ligamen hewan atau jaringan ikat yang dikonversi menggunakan larutan asam atau basa (Pantaw, dkk., 2016: 2014).

Gelatin umumnya berasal dari kulit sapi sebanyak 28,7%, kulit babi sebanyak 41,4%, serta tulang sapi sebesar 29,8%, dan sisanya dari ikan. Gelatin yang

bersumber dari babi maupun sapi masih menimbulkan kekhawatiran terhadap kehalalannya, khususnya bagi negara yang memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Penggunaan babi sebagai bahan baku sangat bertentangan dengan keyakinan umat Islam sedangkan penggunaan sapi sebagai bahan baku gelatin menimbulkan kekhawatiran yakni aspek terhadap pemenuhan syariat Islam dalam proses penyebelihannya dan adanya wabah penyakit sapi gila dan antraks (Trilaksani, dkk., 2012: 240-241), sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS Al-Ma'idah/5: 3.

...وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...

Terjemahnya:

“ daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.....” (Kementrian Agama, RI: 2012).

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya dijelaskan bahwa Allah swt mengharankan siapa pun memakan bangkai, daging babi termasuk kulit dan lemak, hewan yang disembelih atas nama selain Allah dan yang mati karena tercekik dengan cara atau alat apapun (Shihab, 2009:18).

Pada ayat tersebut telah jelas bahwa Allah swt mengharamkan untuk memakan daging babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat islam, oleh karena itu perlu dilakukan alternatif bahan baku lainnya yang aman dan halal terutama untuk negara yang memiliki penduduk mayoritas pemeluk agama islam

seperti Indonesia serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gelatin dari negara lain, salah satunya yaitu dengan menggunakan limbah kulit udang.

Pembuatan gelatin memiliki dua jenis, jenis pertama adalah gelatin tipe A yaitu gelatin yang diperoleh melalui hidrolisis asam seperti asam klorida (HCl), asam sulfat (H_2SO_4), asam sulfida (H_2S), asam fosfat (H_3PO_4) dan asam asetat (CH_3COOH) kemudian gelatin tipe B yang diperoleh melalui proses hidrolisis menggunakan basa seperti natrium hidroksida (NaOH) dan kalsium hidroksida ($Ca(OH)_2$) (Wardani, dkk., 2012: 153). Secara ekonomis, proses hidrolisis melalui asam lebih disukai dibandingkan dengan proses hidrolisis basa karena perlakuan asam pada konversi kolagen menjadi gelatin jauh lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan basa (Trilaksani, dkk., 2012: 241).

Siregar (2015) telah melakukan penelitian terhadap pembuatan gelatin dengan beberapa jenis larutan asam pada variasi konsentrasi dan suhu. Hasil yang diperoleh yaitu setiap jenis pelarut memberikan pengaruh yang berbeda terhadap total rendamen, kadar air, kadar abu, kadar protein, nilai pH, dan organoleptik warna pada gelatin. Penelitian ini menggunakan asam asetat (CH_3COOH) untuk menghidrolisis kulit udang karena waktu yang relatif singkat untuk menghidrolisis gelatin dengan bau yang tidak menyengat dan warna yang tidak gelap (Fitriyani., Dini, 2017: 2).

Beberapa peneliti yang telah melakukan pembuatan gelatin menggunakan metode asam dengan pelarut asam asetat (CH_3COOH) yaitu Agustin dan Meiti., (2015), yang memperoleh hasil bahwa kulit ikan tuna dapat dijadikan sebagai gelatin menggunakan konsentrasi larutan asam asetat 3%, 6% dan 9% dan lama perendaman selama 48 jam menghasilkan karakteristik gelatin dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan SNI. Penelitian yang dilakukan oleh Abustan., (2008), hasil yang

diperoleh menggunakan asam cuka (CH_3COOH) 1% sebagai bahan *curing* menghasilkan gelatin yang baik dengan karakteristik: rendemen yang tinggi (12,9%), persentase pengembangan tinggi (244,96%), rasio cairan ekstraksi yang rendah (3,55), kekuatan gel yang tinggi (261,44 gram bloom) dan viskositas yang tinggi (5,01 cP). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pantaw, dkk., (2016), diperoleh hasil konsentrasi larutan asam asetat (CH_3COOH) sampai 1- 7% menghasilkan karakteristik gelatin kulit kaki ayam yang sama dengan gelatin komersial dan sesuai dengan standar mutu gelatin rendemen, viskositas, kekuatan gel dan nilai pH yang ditetapkan SNI.

Beberapa peneliti terdahulu terkait pembuatan gelatin telah diuraikan diatas, namun belum ada yang melakukan pembuatan gelatin dari kulit udang jerbung. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada pembuatan gelatin dari bahan baku kulit udang dengan menggunakan asam asetat sebagai larutan perendaman (*curing*) dengan variasi konsentrasi 1%, 3% dan 6% (v/v) serta lama perendaman sampel dengan asam asetat yaitu 2x24. Adapun analisis pendukung dilakukan untuk lebih memastikan adanya gugus fungsi gelatin dalam sampel menggunakan instrumen *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) dan untuk mengetahui adanya logam berat menggunakan instrumen Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana karakteristik gelatin yang terbuat dari kulit udang jerbung (*Fenneropenaeus Merguensis de man*) dengan menggunakan asam asetat (CH_3COOH) sebagai pelarut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengetahui karakteristik gelatin yang terbuat dari kulit udang jerbung (*Fenneropenaeus Merguensis de man*) dengan menggunakan asam asetat (CH_3COOH) sebagai pelarut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, mampu melakukan proses pembuatan gelatin dengan mengetahui proses dan waktu yang diperlukan dalam ekstraksi gelatin.
2. Bagi masyarakat, mampu mengetahui manfaat dari kulit udang yang dapat dimanfaatkan sebagai gelatin yang aplikasinya digunakan untuk penurunan kadar limbah cair
3. Bagi Institusi, menambahkan literasi tentang pembuatann gelatin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Udang Jerbung (*Fenaeus merguiensis* de Man)

Udang jerbung merupakan salah satu jenis udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, disebut juga *Banana Shrimp*. Udang jerbung memiliki banyak sebutan seperti udang udang putih, menjangan, udang perempuan, udang popot, udang peci, udang pate, udang cucuk, pelak, kebo anging, haku dan wangkang (Saputra dan Subiyanto., 2007: 157).



Gambar 2.1. Udang Jerbung (*Penaeus merguiensis* de Man) (Kusrini., 2011)

Udang jerbung memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kulit tipis dan licin, warna putih kekuningan dan terdapat bintik hijau atau kuning kemerahan. Udang jerbung memiliki beberapa jenis, yaitu udang peci, dengan ciri kulit yang berwarna lebih gelap dan bintik hitam, kemudian udang bambo, dengan ciri berwarna kuning dengan bercak merah, lalu udang *banana* berwarna kuning seperti kulit pisang (Syafrudin., 2016: 19).

Menurut Kusrini (2011: 49), bahwa klasifikasi Udang jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) secara umum sebagai berikut:

Filum	:Arthropoda
Kelas	:Crustacea
Sub kelas	:Malacostraca
Jenis	:Eumalacostraca
Super ordo	:Eucarida
Ordo	:Decapoda
Sub ordo	:Natantia
Famili	:Penaeinae
Genus	:Penaeus,Fabricius
Spesies	: <i>Penaeus merguensis</i> de Man

B. Protein

Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun atas sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Molekul protein tersusun atas sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen (Probosari., 2019: 33). Protein merupakan penyusun tubuh makhluk hidup seperti pada kulit udang.

Kulit udang memiliki tiga kandungan utama yaitu protein sebanyak 30%-40%, kalsium karbonat (CaCO_3) sebanyak 40%-50% dan kitin sebanyak 15%-20% (Hanafi, dkk., 2000: 17). Protein sendiri mengandung kolagen sebesar 60-75%, elastine dan keratine sebesar 20-35%, kandungan kolagen yang terdapat pada protein dapat dikonversi menjadi gelatin karena memiliki hidrosiprolin yang bertindak

sebagai pembangun gel (Ong Lu Ki, dkk., 2014: 2035). Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS An-Nahl/16: 14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:


“ dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur” (Kementrian Agama, RI: 2012).

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya, disebutkan bahwa Allah swt menundukkan lautan dan sungai dan menjadikannya arena hidup binatang dan tempat tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan yang dengan demikian kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya dan mengupayakannya dengan cara yang sunnguh-sungguh (Shihab, 2002: 201).

Ayat tersebut menjelaskan tentang karunia Allah swt berupa hasil laut yang keberadaanya dapat dimanfaatkan oleh manusia, hal ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dimana kulit udang yang merupakan limbah dari hasil laut diolah menjadi gelatin yang dapat memberikan manfaat bagi manusia dan tidak menimbulkan efek samping terhadap lingkungan.

Kolagen merupakan salah satu komponen struktural utama dari jaringan ikat putih (*white connective tissue*) pada jaringan dan organ tubuh vertebrata maupun invertebrata yang dapat mencapai 30% persen dari jumlah protein. Kolagen terdapat pada bagian kulit, tulang rawan, jaringan ikat dan tendon pada mamalia, burung dan ikan sedangkan pada hewan avertebrata hanya terdapat pada bagian dinding sel. Molekul asam amino terdiri dari kurang lebih dua puluh asam amino yang memiliki bentuk berbeda satu sama lain tergantung pada sumber bahan bakunya. Terdapat tiga asam amino utama dalam kolagen yaitu glisin, prolin dan hidrosiprolin. Tropokolagen merupakan molekul dasar dalam pembentukan suatu kolagen yang mempunyai BM mencapai 300.000. Terdapat tiga rantai polipeptida yang memiliki panjang yang sama di dalam tropokolagen yang akan bersama-sama membentuk struktur heliks. Pemanasan ataupun perlakuan seperti penambahan asam, basa, enzim, urea dan potassium permanganat, akan menyebabkan tropokolagen mengalami denaturasi serta serabut kolagen akan mengalami penyusutan jika terjadi pemanasan di atas suhu penyusutannya (T_s). Struktur heliks akan mengalami pemecahan sehingga menjadi lilitan tidak beraturan yang larut dalam air yang disebut dengan gelatin (Miskah, dkk., 2010: 2).


Gelatin diperoleh melalui proses hidrolisis kolagen yang terkandung dalam kulit, tulang dan sisik hewan. Protein kolagen akan mengalami konversi menjadi gelatin, dimana reaksi yang terjadi yaitu:



C. Gelatin

Produksi awal gelatin secara komersial terjadi pertama kali di Belanda pada tahun 1685 kemudian diikuti oleh Inggris pada tahun 1700 dan Amerika pada tahun 1808. Gelatin tidak dapat terjadi di alam secara alami dan tidak dapat diperoleh dari tanduk, kuku dan bagian-bagian lain dari hewan vertebrata yang tidak mengandung kolagen. Gelatin tidak dapat diperoleh pada tanaman dan tidak terdapat hubungan kimia antara gelatin dan bahan lainnya atau disebut sebagai gelatin nabati, seperti ekstrak rumput laut (GMIA., 2012: 5).

Gelatin adalah ikatan polipeptida dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan dari hidrolisis kolagen, dimana kolagen banyak terdapat pada jaringan penghubung hewan seperti kulit, tulang, tulang rawan, dan urat yang secara fisik dan kimianya memiliki kesamaan. Gelatin digunakan dalam bidang industri pangan yaitu dalam confectionery, meat products dan dairy products lalu dalam bidang farmasetikal contohnya dalam pembuatan cangkang kapsul kemudian dalam bidang fotografi dan aplikasi teknik. Penggunaan gelatin dalam industri pangan adalah sebagai hidrokoloid atau polimer yang memiliki sifat fisik larut terhadap air sehingga dapat digunakan sebagai pembentuk gel, pengental, dan penstabil (Yuliani dan Marwati., 2015: 1-2). Adapun struktur gelatin dapat dilihat pada Gambar 2.2

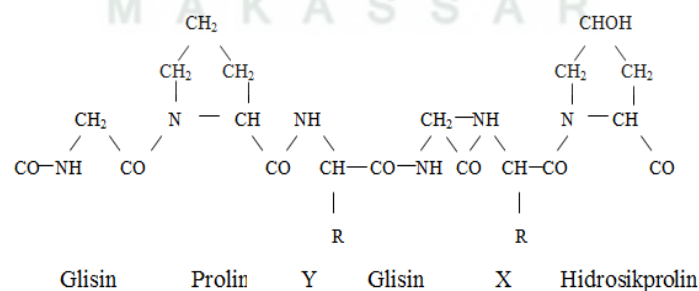

Gambar 2.2 Struktur Kimia Gelatin (Grobben dkk, 2004 dalam Ramadani, 2014:22)

Sifat fisik dan kimia gelatin sangat dipengaruhi oleh jenis bahan baku, umur hewan, tipe kolagen, metode pembuatan, tipe jaringan, spesies, karakteristik kolagen dan proses perlakuannya, peningkatan suhu dan lama ekstraksi yang meningkat akan berbanding terbalik dengan nilai viskositas, kemampuan membentuk gel serta sifat fisik dairi gelatin yang akan semakin rendah. Metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan rendamen, kadar abu dan lemak gelatin yang tinggi yaitu dapat dipengaruhi oleh umur hewan yang semakin tua (Sompie, dkk., 2012: 16). Menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) standar mutu gelatin diantaranya adalah kadar air, kadar abu, warna dan lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Standar Mutu Gelatin Menurut SNI No. 06-3735-1995

No.	Karakteristik	Syarat
1.	Warna	Tidak berwarna
2.	Bau dan rasa	Normal (dapat diterima oleh konsumen)
3.	Kadar Air	Maksimum 16%
4.	Kadar Abu	Maksimum 3,2 %
5.	Logam Berat	Maksimum 50 mg/kg
6.	Arsen	Maksimum 2mg/kg
7.	Tembaga	Maksimum 30 mg/kg
8.	Seng	Maksimum 1000 mg/kg
9.	Sulfit	Maksimum 1000 mg/kg

Gelatin memiliki sifat padat, terang, rapuh, berwarna kekuningan sampai bening dan tidak berbau. Gelatin memiliki sifat titik isoelektrik 7,0-9,5, pH 3,8-6,0, kekuatan gel 75-300 gram, viskositas 20-75 mp dalam kandungan abu 0,3-2,05% (Agustin., 2013: 45). Gelatin memiliki sifat dapat berubah dari bentuk sol ke gel,

dapat membengkak atau mengembang jika dipengaruhi oleh air dingin, berpengaruh terhadap sifat viskositas suatu bahan serta dapat melindungi sifat koloidnya kemudian pada suhu $71,1^{\circ}\text{C}$ gelatin akan memiliki sifat larut dan dapat membentuk gel pada suhu $48,9^{\circ}\text{C}$ dan jika dipanaskan yang bertujuan untuk melarutkan gelatin dapat dilakukan pada suhu kurang lebih $60 - 70^{\circ}\text{C}$ (Miskah, dkk., 2010: 2). Gelatin memiliki sifat dapat larut dalam asam asetat (CH_3COOH), air (H_2O), dan pelarut alkohol seperti gliserol ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$) dan mannitol ($\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$), tetapi tidak dapat larut dalam karbon tetraklorida (CCl_4), aseton ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) (Minah, dkk., 2016: 28).

Gelatin terbagi atas dua yakni gelatin tipe A dan tipe B, gelatin dari bahan baku yang diberikan perlakuan dengan metode perendaman menggunakan larutan asam disebut sebagai gelatin tipe A, sedangkan gelatin dari bahan baku yang diberikan perlakuan dengan metode perendaman menggunakan larutan basa disebut sebagai gelatin tipe B. Proses produksi gelatin lebih banyak digunakan proses asam daripada proses basa karena dengan menggunakan perendaman asam, waktu yang diperlukan untuk menghidrolis bahan baku menjadi gelatin akan lebih singkat daripada perendaman basa (Miskah, dkk., 2010: 2). Menurut GMIA (2015: 12), perbedaan gelatin tipe A dan B dapat dilihat pada Tabel 2.2 yaitu

Tabel 2.2 Perbedaan gelatin tipe A dan gelatin tipe B (GMIA., 2015: 12)

No.	Sifat	Tipe A	Tipe B
1.	pH	3.8-5.5	5-7.5
2.	Titik Isolektrik	7-9	4.7-5.4
3.	Gel Strength	50-300	50-300
4.	Viskositas	15-75	20-75
5.	Abu	0.3-2	0.5-2

Gelatin umumnya dimanfaatkan dalam bidang industri makanan khususnya dalam produksi jelly, coklat, es krim, marshmallow, permen lunak, permen, mentega, keju, yogurt, kue, produk daging dan makanan hewan. Gelatin banyak digunakan dalam industri makanan karena sifatnya sebagai pembentuk gel, foaming agent, pengental, plasticizer, emulsifier, foaming agent, retensi kelembaban, meningkatkan tekstur dari makanan dan mengikat agen, dalam industri farmasi, gelatin dimanfaatkan sebagai pengganti pil dan vitamin enkapsulasi, sebagai *hard* dan *soft* kapsul (*hard* kapsul digunakan sebagai tambalan cair sebagai pembentuk lapisan film dan *soft* kapsul digunakan sebagai tambalan bubuk), digunakan untuk kapsul pil berlapis gula, tablet. Penggunaan gelatin dalam bidang industri yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap obat-obatan yang diproduksi dari pengaruh cahaya serta oksigen (Sahilah, dkk., 2012: 371), pada bidang fotografi, penggunaan gelatin sebagai fotoresis berfungsi untuk mencegah adanya cahaya yang bersifat sensitif (*coating*) sehingga akan memperpanjang masa pakai foto, jenis gelatin yang paling baik digunakan yaitu gelatin yang berasal dari ikan, karena proses hidrolisisnya yang lebih mudah dibandingkan dengan bahan lain dan memiliki aplikasi pada *container* yang memperpanjang masa pemakaian. Gelatin juga memiliki fungsi pada kesehatan, dimana penambahan gelatin pada makanan dapat mencegah terjadinya obesitas, karena gelatin memiliki kadar lemak yang rendah, mencegah terjadinya penumpukan kalori, serta gelatin mengandung nutrisi yang tinggi dan mudah disekresi sehingga memberikan gizi bagi perkembangan tubuh (Agustin., 2013: 45 dan 46).

Menurut Miskah, dkk (2010: 3), gelatin berfungsi dalam produk-produk hasil industri makanan diantaranya yaitu:

- a. Jenis produk pangan secara umum berfungsi sebagai zat pengental, penggumpal, membuat produk menjadi elastis, pengemulsi, penstabil, pembentuk busa, pengikat air, pelapis tipis dan pemer kaya gizi
- b. Jenis produk daging olahan berfungsi dalam peningkatan daya ikat air, konsistensi dan stabilitas produk sosis, komet, ham, dll.
- c. Jenis produk susu olahan berfungsi dalam memperbaiki tekstur, konsistensi dan stabilitas produk serta untuk menghindari sineresis pada produk olahan yoghurt, es krim, susu asam, keju cottage, dll
- d. Jenis produksi roti berfungsi dalam menjaga kelembabban produk dan sebagai perekat bahan isian pada roti, dll
- e. Jenis produk minuman, berfungsi sebagai penjernih ekstrak buah, bir dan wine
- f. Jenis produk buah-buahan berfungsi sebagai pelapis untuk melindungi pori-pori kulit buah sehingga terhindar dari serangan mikroba ataupun pembusukan
- g. Jenis produk permen berfungsi untuk mengatur konsistensi dari produk, mengatur tekstur, kekerasan dan daya lengket di dalam mulut.

Tahapan proses pembuatan gelatin yang paling penting terjadi atas tiga tahap yaitu *swelling* (pembengkakan), ekstraksi, dan pengeringan. Proses *Swelling* akan menggunakan larutan asam dan basa yang biasanya menentukan sifat dan karakteristik dari gelatin (Agnes, 2015: 1187). Dalam proses produksi gelatin akan melalui rangkaian tahapan yang diawali dengan pencucian, *curing*, ekstraksi, penyaringan (*filtrasi*), pengentalan dan pengeringan. Salah satu fase yang sangat menentukan tingkat kuantitas dan kualitas gelatin adalah *curing*. Fase *curing* diawali

dengan merendam bahan baku dengan larutan asam maupun basa yang bertujuan agar terjadi denaturasi pada asam-asam amino yang menjadi penyusun kolagen sehingga dalam proses ekstraksi selanjutnya ikatan kimia yang terdapat dalam struktur kolagen akan lebih mudah mengalami proses pelarutan (*solubilisasi*) (Abustan, dkk., 2008: 725).

C. Metode Ekstraksi

Metode ekstraksi pelarut merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengisolasi zat aktif serta memisahkan komponen dalam suatu campuran dimana pelarut yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan melarutkannya sehingga zat aktif yang terdapat dalam komponen akan tertarik dan akan membentuk ekstrak yang mengandung berbagai zat aktif (Susanty dan Bachmid, 2016: 88).

Ekstraksi dalam proses pembuatan gelatin merupakan proses dimana kolagen akan mengalami denaturasi menjadi gelatin dengan penambahan suatu pelarut yang akan memecah ikatan hidrogen pada suhu kamar atau pada suhu rendah. Ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan air panas, yang akan menyebabkan kolagen terdenaturasi menjadi gelatin kemudian akan terjadi peningkatan hidrolisis dan kelarutan gelatin. Proses ekstraksi gelatin memerlukan waktu sekitar 4-8 jam pada suhu kisaran 55-100⁰C kemudian setelah memperoleh ekstrak bersih dilanjutkan dengan proses pengeringan yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang terkandung yang berkisar 85-90% dengan menggunakan evaporator vakum yang memiliki suhu 30-60⁰C yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan *freeze dryer* atau oven pada suhu kisaran 30-60⁰C (Amiruldin., 2007: 18)

Proses pemilihan metode ekstraksi akan tergantung pada jenis bahan yang digunakan, untuk itu perlu diketahui target yang akan diisolasi melalui metode ekstraksi yaitu senyawa bioaktif yang terkandung dalam sampel yang belum diketahui, senyawa yang telah diketahui terdapat pada suatu organisme dan kelompok senyawa yang menjadi target isolasi dalam suatu organisme yang berhubungan secara structural, sebelum dilakukan tahap ekstraksi terlebih dahulu dilakukan proses sweating yang bertujuan untuk mengkonversi kolagen menjadi gelatin serta menghilangkan zat pengotor lainnya dengan menggunakan pelarut (Muchriani., 2016: 362).

Pelarut yang umum digunakan yaitu pelarut asam organik seperti asam asetat, sitrat, fumarat, askorbat, malat, suksinat, tartarat. Asam anorganik yang digunakan adalah asam hidroklorat, klorida fosfat, dan sulfat. Pelarut alkali yang dapat digunakan adalah sodium karbonat, sodium hidroksida, potassium karbonat, dan potassium hidroksida. Asam kuat yang sebaiknya tidak digunakan karena akan menimbulkan warna yang berbeda dari gelatin komersial yaitu dapat berwarna hitam dan berbau tajam sehingga mempengaruhi kualitas dari gelatin itu sendiri, seperti asam sulfat, asam klorida dan asam fosfat. Konsentrasi yang umum digunakan untuk menghasilkan gelatin dengan kualitas yang baik yaitu 0,05-0,3% (w/v) untuk larutan alkali dan asam anorganik sedangkan untuk larutan asam organik ukuran konsentrasi yang digunakan yaitu 0,5-5% (w/v) (Setiawati., 200: 25).

Salah satu pelarut yang dapat digunakan dalam proses pembuatan gelatin adalah pelarut asam asetat (CH_3COOH), dimana asam asetat (CH_3COOH) memiliki bau dan rasa yang tajam serta cairan yang tidak berwarna. Asam asetat (CH_3COOH) memiliki kelarutan yang tinggi dalam air serta larut pada alkohol, gliserol dan eter dan

memiliki titik didih 118.1°C pada tekanan osmotik (Hardoyo., dkk, 2007: 17). Penggunaan asam asetat (CH_3COOH) sebagai larutan perendam digunakan agar proses pengembangan (*swelling*) pada kulit akan lebih mudah terurai, sehingga memudahkan dalam proses denaturasi selanjutnya (Rares., Ratna, 2017: 269).

Gelatin yang diproduksi dengan menggunakan pelarut asam asetat, dapat dikatakan halal jika ditinjau dari asalnya yaitu bukan berasal dari vinegar (sari buah apel atau anggur) yang dibuat dari minuman beralkohol, sementara dalam penelitian ini asam asetat yang digunakan merupakan asam asetat pekat atau glasial yang diperoleh dari proses karbonilasi methanol. Perbedaan pendapat dikalangan Ulama mengenai hukum barang cair (al-Maai') yang terkena najis, Iman al-Zuhri dan Iman al-Auza'y berpendapat bahwa benda cair dihukumi sama dengan hukum air:

مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ
 مَذْهَبُهُمَا أَنَّ حُكْمَ الْمَانِعِ مِثْلُ حُكْمِ الْمَاءِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَاهِرٌ وَهُوَ

" Pendapat Iman al-Zuhri dan al-Auzay menyatakan bahwa hukum benda cair sama dengan hukum air, yaitu ia tidak berubah sebab adanya najis. Jika tidak berubah maka ia tetap dalam kondisi suci. Ini juga pendapat Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud".

Berdasarkan penyampaian tersebut, gelatin yang diproduksi menggunakan pelarut asam asetat merupakan gelatin halal, ditinjau dari asal pelarut dan tidak terjadi perubahan pada larutan yang menyebabkan larutan tetap dalam kondisi suci.

D. *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

Teknik dasar FTIR didasarkan pada adanya vibrasi atom yang terjadi dalam suatu molekul. Energi pada tiap puncak spektral tergantung pada frekuensi vibrasi yang berasal dari senyawa bahan yang dianalisis. Spektrum yang muncul didasarkan

pada sinar *infra red* (IR) yang akan dipantulkan pada sampel uji. Kelebihan dari menggunakan FTIR yaitu dapat menguji jenis sampel baik yang berbentuk larutan, padatan, pasta, serbuk maupun gas. Spektrum FTIR merupakan hasil interaksi antara senyawa-senyawa kimia dalam matriks sampel yang kompleks. Spektrum FTIR sangat kaya dengan informasi struktur molekular dengan serangkaian pita serapan yang spesifik untuk masing-masing molekul sehingga dapat digunakan untuk membedakan suatu bahan baku yang memiliki kemiripan. Spektroskopi FTIR merupakan pengembangan dari spektroskopi *infra red* (IR), spektroskopi *infra red* (IR) dilengkapi dengan adanya interferometer dan adanya laser sebagai sumber radiasi sehingga didapat radiasi pada frekuensi $4000-400\text{ cm}^{-1}$. Perbedaan nyata antara spektroskopi FTIR dan *infra red* (IR) yaitu pada perkembangan sistem optik sebelum sinar *infra red* melewati ruang sampel. Penyerapan sinar *infra red* dalam proses analisis dapat diserap oleh hampir semua molekul kecuali molekul diatomik homonuklear seperti O_2 , N_2 , H_2 , hal ini terjadi karena adanya pergeseran vibrasi pada molekul diatomik serta adanya perubahan fita dan adanya *overtone* (Syafiqah., 2016: 19-20). Adapun gambar spektroskopi FTIR dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infra Red*) (UIN Alauddin Makassar)

Prinsip dasar FTIR yaitu berdasarkan pada adsorpsi energi di berbagai frekuensi yang akan memplot sejumlah radiasi infra red yang diteruskan sebagai panjang gelombang radiasi sehingga akan menghasilkan spektrum yang mewakili senyawanya (Misnawati., Lilis, 2017: 35 dan 36).

Prinsip kerja dari FTIR yaitu ketika suhu berada diatas suhu non absolut, semua atom akan bervibrasi satu sama lain dan radiasi inframerah (IR) akan terarah pada molekul, sehingga molekul tersebut akan menyerap radiasi yang selanjutnya akan memberikan informasi tentang gugus fungsi yang terdapat dalam suatu molekul. Analisis FTIR dilakukan untuk meyakinkan bahwa senyawa yang dihasilkan adalah gelatin. Menurut Fofid (2014: 13), gelatin seperti pada umumnya protein memiliki struktur yang terdiri dari karbon (C), hidrogen (H), gugus hidroksil (OH), gugus karbonil (C=O) dan gugus amina (NH). Gugus fungsi yang khas pada gelatin adalah amida A, B, I, II, dan III yang ditunjukkan pada Tabel 2.3


Tabel 2.3 Karakteristik gugus fungsi gelatin (Fofid., 2014: 13)

Daerah Serapan	Wilayah Serapan Gelatin (cm ⁻¹)	Keterangan
Amida A	3478-3310	NH <i>stretching</i>
Amida B	2935-2915	<i>Asymetrical stretch of</i> CH ₂
Amida I	1658-1653	C=O <i>stretching</i>
Amida II	1575-1480	NH <i>bending</i> CN <i>stretching</i>
Amida III	1240-1234	NH <i>bending</i> CN <i>stretching</i>

E. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometri serapan atom (SSA) merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan pada penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam pada keadaan bebas. Kelebihan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) yaitu memiliki kepekaan yang tinggi sehingga digunakan dalam analisis kuantitatif unsur-unsur logam (Syafudin., 2016: 40).

Prinsip dasar spektrofotometri Serapan Atom (SSA) didasarkan pada penyerapan cahaya oleh atom, dimana atom-atom tersebut akan menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Proses absorpsi atom akan mengalami perubahan dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi yang disebut transisi elektronik. Prinsip kerja dari spektrofotometri Serapan Atom (SSA) yaitu melalui larutan yang mengalami perubahan bentuk menjadi dispersi aerosol, yang akan masuk ke dalam nyala menyebabkan sampel terdisosiasi menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Proses radiasi dari lampu dengan panjang gelombang tertentu yang akan menganalisis atom dalam sampel, yang kemudian dilewatkan ke dalam nyala, dimana radiasi tersebut akan diserap sebagai energi oleh atom analit. Radiasi yang terserap dapat diukur berdasarkan selisih antara sebelum dan sesudah penyerapan (Betawi., 2012: 70). Adapun gambar spektroskopi serapan atom (SSA) dapat dilihat pada Gambar 2.4.

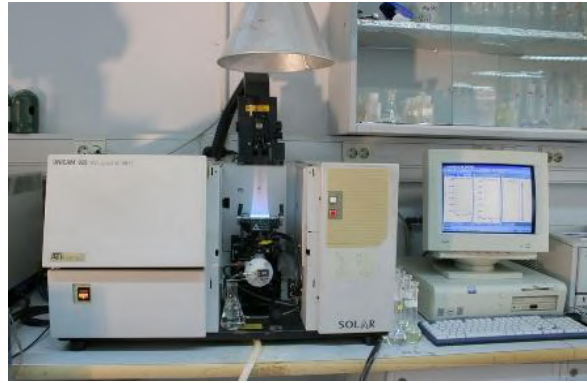

Gambar 2.4 Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) (UIN Alauddin Makassar).

Jenis-jenis logam seperti merkuri, krom, cadmium, arsen, dan timbal dengan berat molekul yang tinggi disebut sebagai logam berat. Logam berat akan menumpuk dalam tubuh makhluk hidup yang akan menyebabkan kadarnya lebih tinggi dari kadar di lingkungan dan akan terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya posisi organisme dalam rantai makanan. Analisis kandungan logam berat dalam gelatin sangat diperlukan untuk memastikan keamanannya untuk dikonsumsi (Amiruldin., 2007: 23).

BAB III

METODE PERCOBAAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan (Juni-September) 2019 di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Riset Jurusan Kimia, Laboratorium Genetika Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang dan Laboratorium Kimia Universitas Hasanuddin.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu rangkaian alat *Fourier Transform Infrared* (FTIR) merk Shimadzu, spektrofometer serapan atom (SSA) merk *Varian AA420FS*, *Rapid Visco Analyzer* merk Parten, *Texture Analyzer XT-21* merk Brookfield, tanur, *freeze dryer*, *freezer*, neraca analitik 6 kg, neraca analitik 6 digit, neraca analitik 4 digit, *hot plate*, *waterbath*, pH meter, oven, blender, desikator, termometer, pipet skala, labu takar, gelas ukur, gelas kimia, Erlenmeyer, corong, gunting, pisau, spatula, pipet tetes, cawan porselin, batang pengaduk, saringan, penjepit kayu dan besi.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu aquadest (H₂O), asam asetat (CH₃COOH) pa dengan konsentrasi 1%, 3% dan 6%, aluminium foil, kalium bromida (KBr), pH universal, kertas saring Whatman no. 42, kain blacu dan *water one* (H₂O).

.C. Prosedur Kerja

1. Persiapan sampel

Persiapan sampel dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Martianingsih dan Lukman (2010) dimana kulit udang jerbung dipisahkan dari bagian daging kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Kulit bersih dimasukkan dalam kantong plastik dan ditutup rapat kemudian disimpan dalam lemari pendingin untuk preparasi dan analisis gelatin berikutnya.

2. Produksi Gelatin

Produksi gelatin dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Suptijah, dkk (2013) dengan sedikit modifikasi, dimana kulit udang dipotong dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}^2$. Kulit udang yang sudah dipotong kecil-kecil direndam dengan asam asetat dengan konsentrasi larutan asam asetat 1%, 3% dan 6% dengan perbandingan kulit:pelarut (1:6 b/v) selama 48 jam dan dinetralkan hingga pH mendekati 7 diikuti oleh tahap ekstraksi dengan perbandingan kulit:water one (1:3 b/v) dengan suhu 70°C selama 3 jam. Proses penyaringan dilakukan dengan kain blacu untuk memisahkan residu dan dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan *freeze dryer* selama 2 hari.

3. Total Rendemen

Total Rendemen dapat dihitung dengan metode AOAC (*Association of Office Analytical Chemist*) (1995), dimana kulit segar yang telah disimpan dalam lemari pendingin dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Kulit lalu ditiriskan dan

ditimbang bobotnya (± 30 gram). Besarnya rendemen dapat dihitung dengan metode AOAC:

$$\text{Rendemen (\%)} = \frac{\text{Bobot kering gelatin}}{\text{Bobot bahan segar}} \times 100\%$$

4. Analisis Kadar Air

Analisis kadar air dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Juliasti, dkk (2015), dimana cawan petri dikeringkan dan disterilkan ke dalam oven (105°C) selama 24 jam setelah itu didinginkan dalam desikator selama 0,5 jam kemudian ditimbang. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang 2-3 gram dalam wadah yang telah diketahui berat konstannya kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100°C - 105°C selama 5 jam. Setelah itu didinginkan dalam desikator selama 0,5 jam dan ditimbang beratnya. Lalu dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat konstan.

$$\% \text{ Kadar air} = \frac{\text{Berat Awal} - \text{Berat Akhir}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

5. Analisis Kadar Abu

Analisis kadar abu dilakukan dengan metode AOAC (*Association of Office Analytical Chemist*) (1995). Hasil dari analisis kadar air dipanaskan dalam tanur dengan suhu 660°C selama ± 3 jam sampai menjadi abu. Setelah itu ditimbang bobotnya. Analisis kadar abu dapat dihitung dengan persamaan:

$$\% \text{ Kadar abu} = \frac{\text{Berat Abu} - \text{Berat Cawan}}{\text{Berat Awal}} \times 100\%$$

6. Analisis pH

Analisis pH dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Said (2011), dimana sampel ditimbang sebanyak 0,2 gram kemudian dilarutkan ke dalam 20 mL *water one* dan dihomogenkan. Selanjutnya sampel diuji dengan pH meter yang sudah dikalibrasi.

7. Uji Viskositas

Uji viskositas diukur mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Sasmitaloka, dkk (2017). Larutan gelatin konsentrasi 6,67% dipanaskan pada hot plate dengan suhu 80°C dan diaduk hingga larut. Sebanyak 20 g larutan diukur viskositasnya menggunakan *Rapid Visco Analyzer (Parten)*.

8. Uji Kekuatan Gel

Kekuatan gel diukur mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Sasmitaloka, dkk (2017). Larutan gelatin dipanaskan pada hot plate dengan suhu 80°C, diaduk hingga larut dan dimasukkan ke gelas pengukuran, selanjutnya disimpan pada suhu 10°C selama 18 jam. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan *Texture Analyzer XT-21 (Brookfield)*.

9. Analisis Kandungan Logam

Analisis kandungan logam mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Sasmitaloka, dkk (2017). Analisis dilakukan terhadap logam Cu dan Cd menggunakan metode dekstruksi (SNI, 1998). Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram.

Sampel didekstruksi dengan penambahan 5 mL HNO_3 pekat di atas penangas, kemudian dipekatkan menjadi 1-2 mL. Larutan pekat diencerkan dalam labu takar 50 mL. Sampel dianalisis menggunakan *Atomic Absorption Spectrometry* (AAS).

10. Analisis FTIR

Analisis FTIR dilakukan mengacu pada metode Puspawati, dkk (2014) dengan prosedur sampel gelatin sebanyak 0,2 g dihaluskan dengan KBr dalam mortar hingga homogen, dimasukkan ke dalam cetakan pellet dan dipadatkan serta divakum dalam mesin pencetak pellet, dimasukkan ke dalam sel dan dimasukkan pada ruang penempatan sel lalu ditembak dengan sinar IR dari spektrofotometer inframerah IR-408 yang sudah dinyalakan pada kondisi yang stabil. Pendeteksian menggunakan tombol detektor dan akan dihasilkan rekorder histogram FTIR pada monitor yang menampilkan puncak-puncak/histogram dari gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Histogram selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh data kualitatif maupun kuantitatif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Rendamen

Rendamen merupakan parameter penting yang menunjukkan keefektifan produksi dalam pembuatan gelatin. Hasil rendemen gelatin kulit udang yaitu:

Tabel 4.1. Rendamen gelatin kulit udang jerbung

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH) (%)		
	1%	3%	6%
I	1,04	2,11	2,24
II	1,38	1,72	1,89
Rata-rata	1,21	1,91	2,06

2. Kadar Air

Persentase kadar air dapat dinyatakan sebagai banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan. Kadar air gelatin kulit udang yaitu:

Tabel 4.3. Kadar air gelatin kulit udang jerbung

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH)		
	1%	3%	6%
I	11,9	11,5	10,4
II	9,4	8,1	6,5
Rata-rata	10,65	9,8	8,6

3. Kadar Abu

Kadar abu merupakan suatu parameter yang menunjukkan jumlah bahan anorganik dalam bahan organik. Kadar abu dari gelatin kulit udang yaitu:

Tabel 4.3. Kadar abu gelatin kulit udang jerbung

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH_3COOH) (%)		
	1%	3%	6%
I	0,18	0,16	0,12
II	0,20	0,17	0,15
Rata-rata	0,19	0,16	0,13

4. pH

Nilai pH gelatin merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu larutan. Hasil nilai derajata keasaman gelatin kulit udang yaitu:

Tabel 4.2. pH gelatin kulit udang jerbung

Konsentrasi Asam Asetat (CH_3COOH)	Derajat Keasaman (pH) Gelatin
1%	6,37
3%	5,96
6%	5,35

5. Viskositas Gelatin

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan gelatin sebagai larutan pada konsentrasi dan suhu tertentu. Viskositas dari gelatin kulit udang yaitu:

Tabel 4.5. Viskositas gelatin kulit udang jerbung

Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH)	Viskositas (cP)
1%	6,74
3%	6,19
6%	5,81

6. Kekuatan Gel

Kekuatan gel merupakan sifat fisik gelatin yang utama, karena kekuatan gel menunjukkan kemampuan gelatin dalam pembentukan gel. Kekuatan gel dari gelatin kulit udang yaitu

Tabel 4.6. Kekuatan gel gelatin kulit udang jerbung

Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH)	Kekuatan Gel (bloom)
1%	116,04
3%	98,24
6%	92,63

7. Kadar Logam

Analisis logam berat sangat penting bagi produk seperti gelatin, antara lain untuk menentukan apakah gelatin tersebut aman digunakan atau dikonsumsi terutama dalam produk farmasi (obat-obatan) dan produk makanan.

a. Kadar Logam Kadmium (Cd)

Tabel 4.7. Kadar logam kadmium (Cd) gelatin kulit udang jerbung

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH) (mg/kg)		
	1%	3%	6%
I	0,9127	0,6272	0,8
II	0,2818	0,45	1,20
Rata-rata	0,6272	0,5408	1,0045

b. Kadar Logam Tembaga (Cu)

Tabel 4.8. Kadar logam tembaga (Cu) gelatin kulit udang jerbung

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH) (mg/kg)		
	1%	3%	6%
I	19,0727	18,4727	17,1363
II	17,8636	22,9636	11,7363
Rata-rata	18,4681	20,7181	17,4363

8. Analisis FTIR

Analisis FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari gelatin yang telah dihidrolisis. Adapun serapan IR dari gelatin kulit udang yaitu:

Tabel 4.9. Spektrum FTIR gelatin kulit udang

Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)			
Konsentrasi 1%	Konsentrasi 3%	Konsentrasi 6%	Gugus Fungsi
3419,79	3491,16	3491,16	Regangan N-H gugus O-H
2960,73	2960,73	2960,73	Regangan CH ₂
1651,07	1651,07	1651,07	Regangan C=O dan gugus O-H
1585,45	1516,05	1516,05	N-H bending dan regangan C-N
1240,23	1236,37	1234,44	N-H bending dan regangan C-N
1076,28	1064,71	1064,71	Regangan C-O

B. Pembahasan

1. Produksi gelatin

Proses produksi gelatin, sampel kulit udang yang digunakan harus dialiri dengan air hingga bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel serta menghilangkan sisa daging, kepala dan ekor yang tidak digunakan yang memiliki kandungan lemak tinggi. Pengecilan ukuran kulit udang berguna untuk memperluas permukaan kulit sehingga interaksi antara molekul-molekul kolagen dengan larutan asam asetat pada saat perendaman dan proses ekstraksi dapat berlangsung optimal. Proses perendaman kulit udang dalam air mendidih selama 10 menit bertujuan untuk menghilangkan sisa lemak dan daging (Arima., dkk, 2015: 2). Pengeringan kulit udang dilakukan di bawah sinar matahari selama 1-2 hari, yang bertujuan untuk menguapkan air dan menghindari adanya pertumbuhan mikroba sehingga kulit udang tidak mudah busuk serta mempermudah dalam proses ekstraksi (Fitria., 2017: 36).

Kulit yang sudah diperkecil ukurannya, dihidrolisis menggunakan larutan asam asetat 1%, 3% dan 6% selama 48 jam. Penggunaan variasi konsentrasi dilakukan untuk mengetahui konsentrasi yang paling optimum untuk menghidrolisis kolagen. Hidrolisis menggunakan asam akan mengakibatkan interaksi antara ion H^+ dari larutan asam yang akan memutus ikatan triple heliks dari kolagen menjadi single heliks yang siap untuk diekstraksi. Penetralkan kulit udang dilakukan hingga mencapai pH 6-7, karena umumnya pH tersebut merupakan titik isoelektrik dari komponen protein non kolagen pada kulit sehingga mudah terkoagulasi dan dihilangkan (Agustin dan Sompie., 2015: 11).

Kulit yang telah dinetralkan pHnya selanjutnya diekstraksi. Ekstraksi tujuannya adalah untuk mengkonversi kolagen menjadi gelatin dengan proses pemanasan. Proses pemanasan dilakukan dalam sistem penangas air pada suhu $70^{\circ}C$. Pemanasan dilakukan pada suhu $70^{\circ}C$ dikarenakan gelatin larut pada suhu tersebut (Fitriyani., 2017: 35). Ekstraksi dengan air hangat akan melanjutkan perusakan ikatan-ikatan silang, serta untuk merusak ikatan hidrogen yang menjadi faktor penstabil struktur kolagen. Ikatan-ikatan hidrogen yang rusak dan ikatan-ikatan kovalen yang dipecah akan mendestabilkan tripel helik melalui transisi helik ke-gulungan dan menghasilkan konversi gelatin (Febryana., 2018: 96).

Penyaringan hasil ekstraksi dilakukan untuk memisahkan zat-zat pengotor yang larut dalam proses ekstraksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian gelatin. Sampel yang masih berbentuk cairan perlu dikeringkan untuk menghasilkan gelatin dalam bentuk padat menggunakan alat *freeze dryer*. Sampel akan mengalami sublimasi, sehingga air yang terkandung dalam gelatin akan menguap secara keseluruhan dan menghasilkan gelatin kering. Kelebihan dari penggunaan *freeze dryer*


yaitu gelatin yang dihasilkan tidak mengandung air yang tinggi dan tidak menyebabkan protein pada sampel terdenaturasi karena dilakukan pada suhu rendah (Anida., 2016: 33).

2. Rendamen

Rendamen dihitung berdasarkan perbandingan bobot gelatin yang dihasilkan terhadap berat awal kulit udang yang digunakan. Nilai rendamen yang diperoleh dipengaruhi oleh jumlah kolagen yang terkonversi menjadi gelatin.

Berdasarkan Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa rendamen dari kulit udang memiliki kecenderungan untuk meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi asam asetat. Hal ini terjadi karena konsentrasi asam dapat menyebabkan terjadinya pembukaan ikatan intra molekuler dan inter molekuler, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kelarutan kolagen. Apabila konsentrasi asam yang digunakan semakin tinggi, maka nilai rendamen yang dihasilkan juga semakin tinggi karena dapat menguraikan serat kolagen yang lebih banyak (Febryana., 2018: 97).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Juliasti, dkk. (2015: 7), bahwa larutan berfungsi untuk menghidrolisis kolagen sehingga mempermudah kelarutannya pada saat ekstraksi gelatin. Dimana pada saat hidrolisis maka konsentrasi ion H^+ akan meningkat di dalam larutan asam dan dapat mengakibatkan penurunan pH. Ion H^+ yang menghidrolisis rantai tripel helix kolagen lebih banyak sehingga rendamen yang dihasilkan meningkat (Ramadani, 2014:38). Berdasarkan penelitian diperoleh rendamen sebagai berikut:

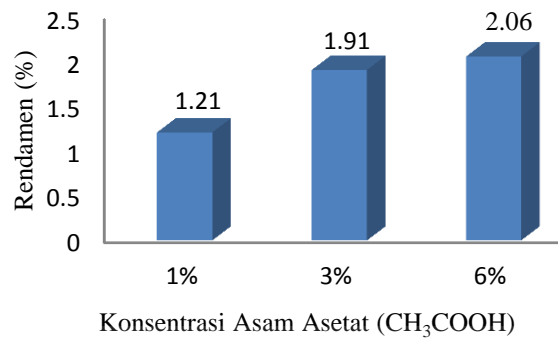


Gambar 4.1. Rendamen kulit udang jerbung

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa nilai rendamen konsentrasi asam asetat (CH₃COOH) 1%, 3%, dan 6% berturut-turut yaitu 1,21%, 1,91% dan 2,06%. Rendamen tertinggi dihasilkan pada konsentrasi 6% yaitu 2,06%, hasil yang diperoleh masih lebih rendah dari penelitian yang dilakukan oleh Yenti., dkk, (2016) yaitu 5,8279% dengan menggunakan konsentrasi asam asetat 6% berbahan baku kulit ikan. Perbedaan nilai rendamen disebabkan adanya perbedaan kandungan protein pada bahan baku yang digunakan, dimana kulit udang memiliki kandungan protein sebesar 20%, sedangkan pada kulit ikan sebesar 26,9%. Namun beberapa hasil penelitian terdahulu mendapatkan hasil rendamen yang maksimum pada konsentrasi asam 6% (Yenti., dkk, 2016, Hermanto., dkk, 2014). Menurut Santoso., dkk (2015: 107), penggunaan konsentrasi asam yang terlalu tinggi akan menyebabkan kolagen yang telah menjadi rantai tunggal akan ikut terlarut didalam larutan asam pada saat pembilasan sehingga kolagen akan ikut terbuang.

3. Kadar Air

Kadar air merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas suatu bahan yang digunakan sebagai bahan pangan. Kadar air menggambarkan kandungan air pada suatu bahan berdasarkan bobot kering dan bobot basah dari suatu bahan. Kandungan air dalam suatu sampel dapat mempengaruhi aktivitas mikroba dan aktivitas kimiawi. Nilai kadar air juga mempengaruhi mutu gelatin seperti tingkat

ketengikan dan warna gelatin yang dihasilkan (Juliasti, dkk., 2015: 8). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kadar air dari gelatin kulit udang seperti pada Gambar 4.3

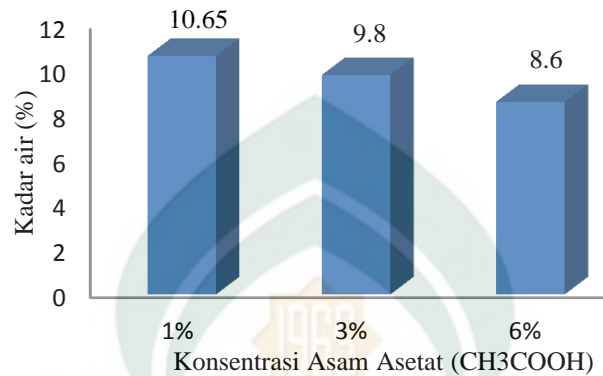


Gambar 4.3. Kadar air gelatin kulit udang jerbung

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kadar air untuk gelatin kulit udang jerbung, konsentrasi 1%, 3% dan 6% berturut-turut yakni 10,65%, 9,8% dan 8.6%. Nilai kadar air tertinggi yaitu pada konsentrasi 6% yaitu 10,25 %. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan nilai kadar air gelatin yang diperoleh peneliti sebelumnya yakni Yenti., dkk (2016) yaitu 10.4%, menggunakan konsentrasi asam asetat 6% berbahan baku kulit ikan. nilai. Kadar air yang diperoleh untuk produksi gelatin dari kulit udang memenuhi persyaratan dimana menurut SNI No. 06-3735 Tahun 1995 nilai kadar air untuk gelatin maksimum bernilai 16% (Rosentadewi, 2017: 31).

4. Kadar Abu

Abu merupakan zat anorganik yang berasal dari pembakaran zat-zat organik. Pengujian kadar abu suatu bahan pangan menunjukkan besarnya jumlah mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan tersebut (Febryana., dkk, 2018: 99). Pengujian kadar abu ini merupakan salah satu parameter penting untuk mengetahui kualitas gelatin terutama dalam hal kemurnian gelatin.

Berdasarkan Gambar 4.4, menunjukkan hasil penelitian diperoleh nilai kadar abu dalam gelatin kulit udang jerbung dengan konsentrasi asam asetat 1%, 3% dan 6% berturut-turut yaitu 0,19%, 0,16% dan 0,13%. Nilai kadar abu yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan nilai kadar abu yang diperoleh peneliti sebelumnya yakni Yenti., dkk (2016) yaitu berkisar antara 0.95-0.26%. Kadar abu gelatin kulit udang jerbung dapat dilihat pada Gambar 4.4 yaitu

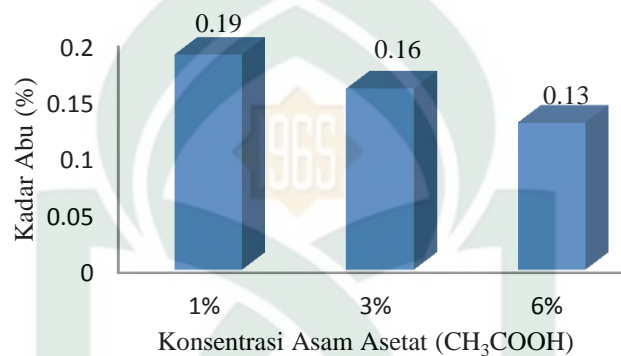

Gambar 4.4. Kadar abu gelatin kulit udang jerbung


Nilai kadar abu yang dimiliki oleh gelatin kulit udang dipengaruhi banyaknya jumlah mineral yang ikut larut dalam proses pencucian. Adanya komponen mineral yang terikat pada kolagen yang belum terlepas saat proses pencucian dan penyaringan sehingga terbawa saat proses pengabuan (Febryana, dkk., 2018: 99). Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa nilai kadar abu gelatin kulit udang memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh (SNI, 1995) yaitu maksimum 3,25 %.

5. Derajat Keasaman (pH)

Nilai pH dari gelatin merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan standar gelatin yang dapat digunakan. Nilai pH akan berpengaruh terhadap aplikasi gelatin. Gelatin dengan pH netral sangat baik untuk produk daging, farmasi, kromatografi, cat, dan sebagainya. Gelatin dengan pH rendah sangat baik

untuk digunakan dalam produk juice, jelly, sirup dan sebagainya (Juliasti., dkk, 2015: 8).

Berdasarkan gambar 4.2, menunjukkan kecenderungan semakin besar konsentrasi asam asetat maka nilai pH semakin asam. Hal ini disebabkan semakin banyak konsentrasi asam yang digunakan maka semakin banyak pula asam yang tidak bereaksi pada jaringan fibril dikarenakan banyaknya asam yang tertinggal dan mengendap pada kulit udang, sehingga pada proses ekstraksi asam ikut terhidrolisis bersama kolagen dari kulit udang (Juliasti., dkk, 2015: 8). Hal ini didukung oleh Santoso, dkk (2015: 110), yang menyatakan bahwa semakin asam pH larutan perendaman, maka konsentrasi larutan asam yang diserap selama perendaman semakin tinggi, begitu pun sebaliknya, karena disebabkan jaringan fibril pada kolagen menjadi jenuh karena reaksi asam yang terlalu tinggi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai pH dari gelatin kulit udang seperti pada Gambar 4.2

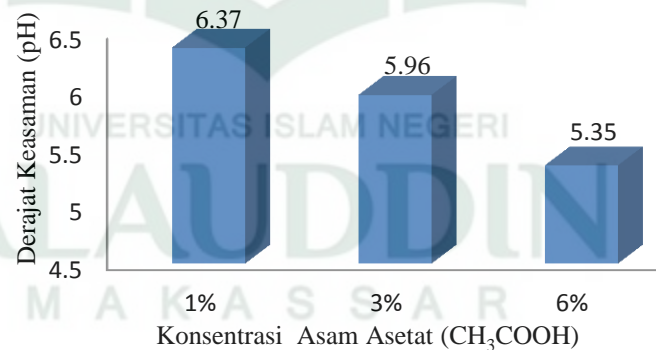

Gambar 4.2. Derajat keasaman gelatin kulit udang jerbung

Nilai pH yang dihasilkan pada penelitian ini yaitu 6.37, 5.96 dan 5.35. Nilai pH tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai pH gelatin yang diperoleh peneliti sebelumnya yaitu Yenti., dkk (2016) yang berkisar antara 6.65-5.78, dan juga tidak


jauh berbeda dengan standar gelatin yang disyaratkan oleh GMIA (2013), yang memiliki kisaran nilai berkisar antara 3,8–6,0.

6. Viskositas

Viskositas merupakan salah satu sifat fisik gelatin yang cukup penting. Viskositas adalah derajat kekentalan suatu larutan. Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan gelatin (Santoso., dkk , 2015: 109).

Berdasarkan Gambar 4.5, menunjukkan kecenderungan semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan, maka viskositasnya menjadi semakin rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi asam maka struktur rantai asam amino semakin terbuka yang menyebabkan pemotongan rantai asam amino semakin banyak sehingga dihasilkan rantai yang lebih pendek dan berat molekul kolagen akan menjadi berkurang yang berakibat rendahnya nilai viskositas (Pantow., dkk, 2016: 28).

Viskositas dipengaruhi oleh kadar air. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Ulfah., dkk (2009: 24), bahwa nilai viskositas dipengaruhi oleh kadar air gelatin kering, dimana semakin kecil kadar air gelatin kering maka kemampuannya untuk mengikat air atau membentuk gel akan semakin menurun, Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, dimana kadar air pada konsentrasi 1% adalah yang tertinggi yang memiliki nilai viskositas yang tinggi pula. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai viskositas dari gelatin kulit udang seperti pada Gambar 4.5

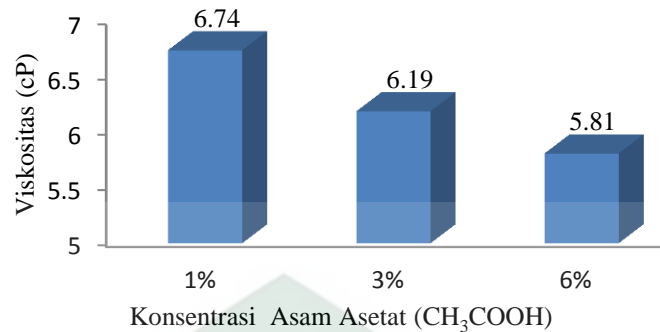


Gambar 4.5. Viskositas gelatin kulit udang jerbung

Berdasarkan hasil penelitian nilai uji viskositas didapatkan nilai tertinggi pada gelatin dengan konsentrasi asam asetat 1% yaitu sebesar 6,74 cP. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan hasil yang diperoleh pada peneliti sebelumnya yaitu Yenti., dkk (2016) yaitu 6.67 cP. Penurunan nilai viskositas pada konsentrasi 3% dan 6% diduga karena tingginya komponen non kolagen seperti kandungan mineral yang masih tinggi pada gelatin kulit udang. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa viskositas gelatin kulit udang memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh (SNI, 1995) yaitu maksimum 1,5-7 cP.

7. Kekuatan Gel

Kekuatan gel merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kualitas fisik suatu produk gelatin. Kekuatan gel ini merupakan pengukuran kekerasan, kekakuan, kekuatan, kekokohan, dan kemampuan gel untuk dapat ditekan pada temperatur tertentu (Ulfah, dkk., 2009: 27). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kekuatan gel dari gelatin kulit udang seperti pada Gambar 4.6

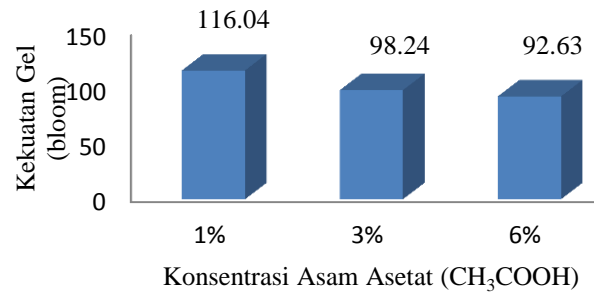

Gambar 4.6. Kekuatan gel gelatin udang jerbung

Berdasarkan hasil yang diperoleh, semakin tinggi konsentrasi asam asetat yang digunakan, maka nilai kekuatan gel akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan terjadi hidrolisis lanjutan pada kolagen yang menyebabkan ikatan kovalen yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lainnya akan terputus, sehingga menyebabkan berat molekul kolagen menjadi kecil dan pendeknya rantai asam amino yang berakibat kekuatan gel menjadi kecil. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Santoso, dkk (2015: 108), bahwa konsentrasi asam yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya hidrolisis lanjutan pada kolagen yang sudah terkonversi menjadi gelatin, yang menyebabkan pendeknya rantai asam amino sehingga kekuatan gel menjadi rendah. Hasil presentase kekuatan gel yang diperoleh yaitu masih berada pada kisaran nilai kekuatan gel yang disyaratkan oleh GMIA (2013), yaitu antara 50-300 bloom.

8. Kadar Logam

Logam berat merupakan jenis logam seperti merkuri, krom, cadmium, arsen dan timbal dengan bobot molekul yang tinggi. Analisis logam berat sangat penting bagi produk seperti gelatin, antara lain untuk menentukan apakah gelatin tersebut aman digunakan atau dikonsumsi terutama jika diaplikasikan dalam produk farmasi (obat-obatan) dan produk pangan (Amiruldin., 2007: 58).

Kadmium (Cd) merupakan kontaminan yang berbahaya bagi manusia jika melebihi batas yang ditetapkan. Adanya kadmium dalam gelatin dapat diakibatkan oleh pencemaran lingkungan atau penyerapan logam dari peralatan (Rahmadiani dan Aunurohim., 2013: 202).



Hasil penelitian diperoleh kadar kadmium menunjukkan hasil yang berbeda pada tiap konsentrasi, dimana konsentrasi 1% memiliki kadar logam kadmium sebesar 0,6272 mg/kg, pada konsentrasi 3% memiliki nilai kadar logam kadmium sebesar 0,5408 mg/kg dan konsentrasi 6% memiliki kadar logam kadmium sebesar 1,0045 mg/kg, perbedaan nilai tersebut disebabkan oleh waktu pengambilan sampel yang berbeda sehingga berpengaruh pada kadar logam yang terkandung dalam sampel kulit udang. Kandungan kadmium pada gelatin kulit udang masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Hermanto., dkk (2014) yaitu 3.49 mg/Kg dengan sampel kulit ikan sapu-sapu. Hasil yang diperoleh masih memenuhi kriteria gelatin standar SNI. Adapun syarat yang ditetapkan oleh SNI (1995) maksimum adalah 50 mg/Kg.


Tembaga (Cu) dalam gelatin perlu diketahui karena dimungkinkan adanya pencemaran tembaga dalam bahan baku sehingga terkontaminasi pada gelatin. Hasil analisis, diketahui bahwa kandungan tembaga pada konsentrasi 1%, 3% dan 6% berturut-turut yaitu 18,4681 mg/Kg, 20,7181 mg/Kg dan 17,4363 mg/Kg. Hasil yang diperoleh menghasilkan nilai yang lebih besar dari penelitian yang dilakukan oleh Sasmitaloka., dkk (2017) yaitu 2,79 mg/Kg. Tetapi hasil yang diperoleh menunjukkan kadar logam tembaga pada gelatin kulit udang memiliki nilai yang masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan SNI yaitu maksimum 30 mg/Kg. Menurut Fujiastuti, dkk (2013: 131) adanya kadar tembaga yang

terakumulasi dalam tubuh udang melalui absorpsi logam yang masuk ke dalam insang ataupun saat pergantian kulit (*moulting*) yang masuk ke dalam saluran pencernaan melalui aktivitas makan. Proses bioakumulasi logam dalam jaringan udang melalui rantai makanan serta tingginya proses pengambilan logam tembaga di perairan atau sedimen menyebabkan konsentrasi tembaga terdapat dalam tubuh udang.

9. Spektrum FTIR Gelatin

Analisis FTIR dilakukan untuk membuktikan apakah senyawa yang diperoleh pada penelitian ini adalah gelatin. Spektrum hasil dari analisis FTIR gelatin kulit udang jerbung gelatin dapat dilihat pada Gambar 2.9

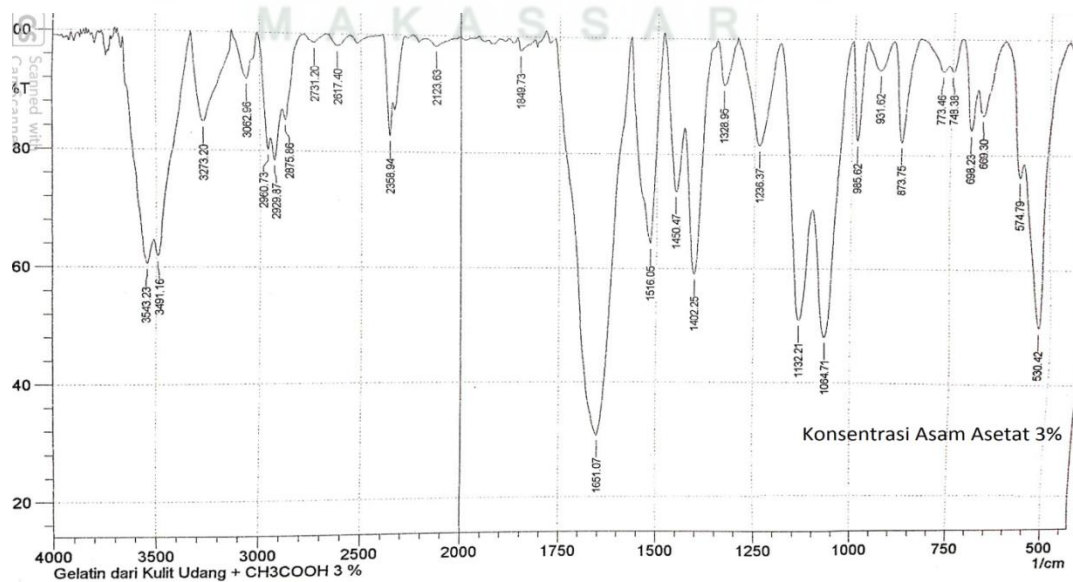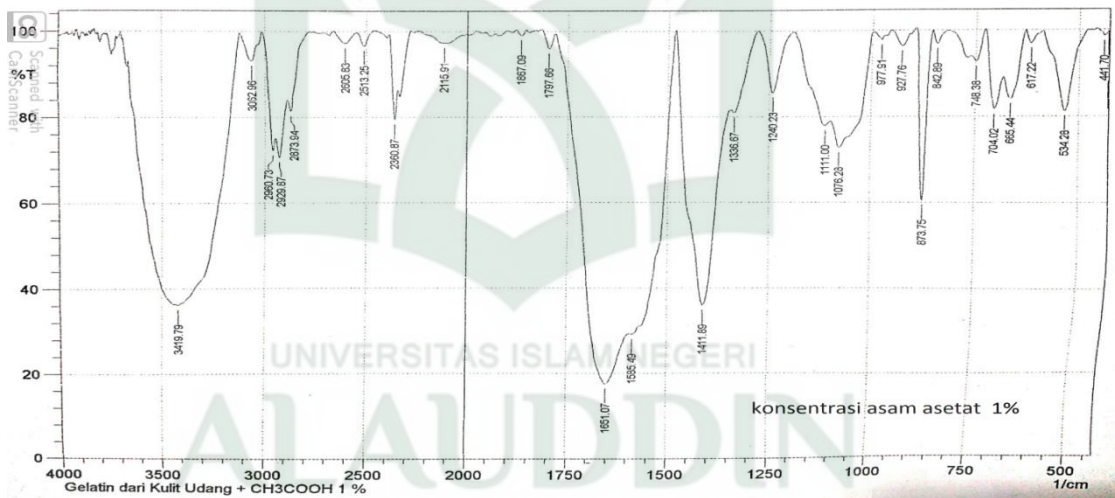

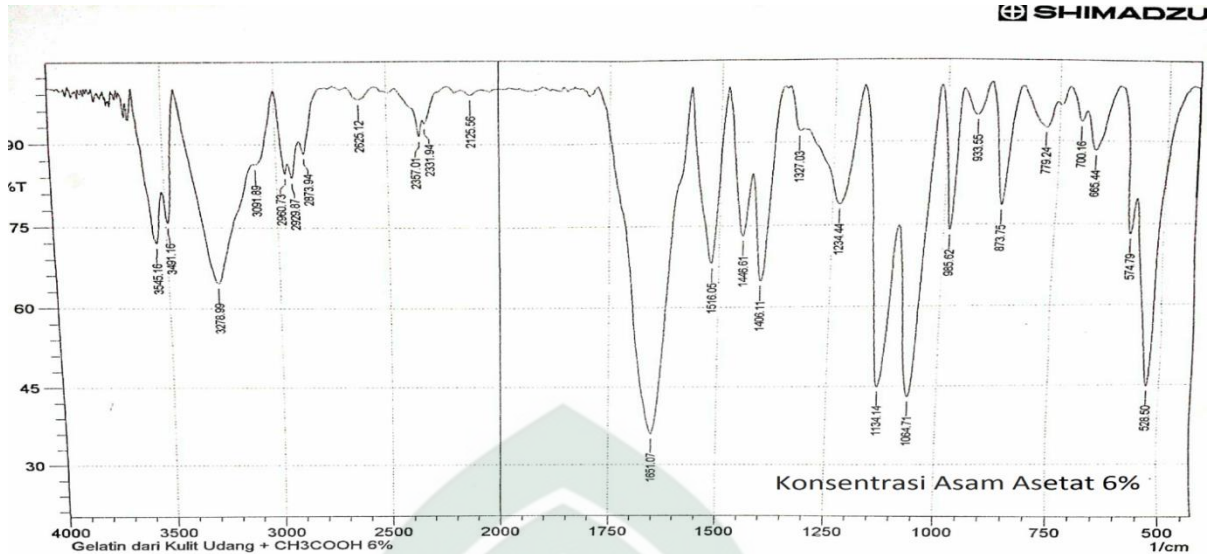

Gambar 4.7. Spektrum FTIR gelatin kulit udang jerbung konsentrasi 1%, 3% dan 6%

Spektrum IR pada setiap konsentrasi sampel gelatin kulit udang secara berturut-turut terlihat pada Gambar 4.7. bahwa pada puncak pertama terdapat bilangan gelombang $3491,16 \text{ cm}^{-1}$ yang sama untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6%. Bilangan gelombang tersebut merupakan daerah serapan gugus fungsi N-H dan gugus O-H. Hal ini sesuai dengan teori Hermanto, dkk (2015: 263) yang menyatakan bahwa daerah gugus fungsi N-H dan O-H terdapat pada bilangan gelombang $3420,3 \text{ cm}^{-1}$. Hasil ini juga diperkuat oleh teori Schoffstall, dkk (2004:115), yang menyatakan bahwa daerah serapan gugus N-H dan O-H berada pada bilangan gelombang $3550-3250 \text{ cm}^{-1}$.

Puncak kedua terdapat bilangan gelombang $2960,73 \text{ cm}^{-1}$ yang sama untuk tiga konsentrasi yang berbeda, yang merupakan gugus C-H. Ini sesuai dengan teori Hermanto, dkk. (2015: 263), yang menyatakan bahwa daerah serapan gugus C-H terdapat pada bilangan gelombang $2948,15 \text{ cm}^{-1}$. Puncak ketiga terdapat bilangan gelombang $1651,07 \text{ cm}^{-1}$ yang sama untuk tiga konsentrasi, yang merupakan gugus C=O dan gugus O-H. Hal ini didukung oleh teori Hermanto, dkk. (2015: 263), yang menyatakan bahwa daerah serapan gugus C=O berada pada daerah bilangan

gelombang 1659 cm^{-1} . Teori lain yang mendukung hasil tersebut yaitu teori Karlina, dkk. (2010: 6), yang menyatakan bahwa daerah serapan 1648,3-1659,7 cm^{-1} dikenal dengan daerah serapan rantai α -helix yang menunjukkan serapan gugus C=O dan O-H.

Pada puncak keempat terdapat bilangan gelombang 1516,05; 1516,05 dan 1585,45 cm^{-1} berturut-turut untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6% yang merupakan gugus N-H dan C-N. Menurut Hermanto, dkk (2015: 263), bilangan gelombang daerah gugus N-H dan C-N berada pada bilangan gelombang 1544,18 cm^{-1} . Pada puncak kelima terdapat bilangan gelombang 1234,44; 1236,37 dan 1240,23 cm^{-1} berturut-turut untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6 yang menunjukkan pita daerah serapan gugus N-H *bending*. Hal ini sesuai dengan Suryati (2015: 9) menyatakan bahwa puncak serapan amida III adalah sekitar 1200-1300 cm^{-1} yang berhubungan dengan *tripel helix* (kolagen). Teori lain yang mendukung yaitu Hermanto, dkk., (2015: 263) yang menyatakan bahwa puncak bilangan gelombang 1248,50 cm^{-1} merupakan daerah serapan gugus N-H *bending*. Pada puncak keenam terdapat bilangan gelombang 1064,71; 1076,28 dan 1076,28 cm^{-1} yang merupakan daerah serapan gugus C-O. Hasil ini sesuai dengan teori Karlina, dkk (2010: 6), yang menyatakan bahwa bilangan gelombang 1119,2 cm^{-1} merupakan daerah serapan gugus fungsi C-O. Berdasarkan spektrum yang ditunjukkan pada konsentrasi 1%, 3% dan 6% menunjukkan kemiripan spektrum yang sama, yang berarti ketiganya memiliki gugus fungsi senyawa gelatin, walaupun demikian ada sedikit perbedaan dari segi luas area atau lebar spektrum yang dipengaruhi oleh jumlah dari kadar komponen yang ada pada setiap gelatin seperti kadar air.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yaitu nilai rendamen gelatin yang dihasilkan dari hidrolisis asam asetat (CH_3COOH) 1%, 3% dan 6% berturut-turut yaitu 1,21%, 1,91% dan 2,06%. Hasil analisis nilai pH, kadar air, kadar abu, viskositas dan kekuatan gel sudah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI). Karakterisasi FTIR gelatin kulit udang menunjukkan adanya serapan khas gugus fungsi dari gelatin yang ditandai dengan adanya gugus fungsi hidroksil (O-H), gugus karbonil (C=O) dan gugus amina (N-H). Kadar logam kadmium (Cd) pada konsentrasi 1%, 3% dan 6% berturut-turut yaitu 0,6272 mg/Kg, 0,5408 mg/Kg dan 1,0045 mg/Kg sedangkan kadar logam tembaga (Cu) pada konsentrasi 1%, 3% dan 6% berturut-turut yaitu 18,4681 mg/Kg, 20,7181 mg/Kg dan 17,4363 mg/Kg. Kadar tersebut masih relatif rendah dari yang ditetapkan oleh SNI.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variasi waktu lama perendaman kulit udang dengan pelarut asam asetat (CH_3COOH).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al Karim..

Abustam., Effendi, dkk. "Sifat Fisik Gelatin Kulit Kaki Ayam Melalui Proses Denaturasi Asam, Alkali, Enzim". *Jurnal Teknologi Peternakandan dan Veteriner* (2008): h. 724.

Agnes, T.; Agustin; dan Sompie M, "Kajian Gelatin Kulit Ikan Tuna (*Thunnus albacares*) yang diproses Menggunakan Asam Asetat, *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*". *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan* 1, no. 3 (2015):h. 1186-1189.

Agustin., Agnes Triasih. "Gelatin Ikan: Sumber, Komposisi Kimia Dan Potensi Pemamfaatannya". *Jurnal Media Teknologi Hasil perikanan* 1, no. 2 (Agustus 2013): h. 45-46.

Amiruldin., Musfiq. "Pembuatan Dan Analisis Karakteristik Gelatin Dari Tulang Ikan Tuna (*Thunnus Albacares*)". *Skripsi*. Bogor: Institut Teknologi Bandung, 2007.

Anida. "Pengaruh Variasi Konsentrasi Dan Lama Perendaman Asam Asetat (Ch_3cooh) Terhadap Produksi Gelatin Dari Limbah Kulit Kuda (*Equus Caballus*)". *Skripsi*. Makassar: UINAM, 2016.

Arima., Ika Ninda, dkk. "Pengaruh Waktu Perendaman dalam Asam Terhadap Rendamen Gelatin dari Tulan Ikan Nila Merah". *Jurnal Saintek* 1, no. 7 (Jakarta 2015): h.2.

- Betawi., Asih Sukmawati. "Analisis Kadar Logam Kadmium (Cd) Yang Teradsorpsi pada Rumput Laut Merah (*Euchema Cottonii*) Di Kabupaten Takalar Dengan Metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)". *Skripsi*. Makassar: UINAM, 2012.
- Febryana., Wahidafitri, dkk. "Ekstraksi Gelatin Dari Kulit Ikan Belida (*Chitala Lopis*) Pada Proses Perlakuan Asam Asetat". *Jurnal Kimia Khatulistiwa* 7. No.4 (Pontianak 2018):h. 93.
- Fitria., Dewi Lailatul. "Pengaruh lama Perendaman Dalam NaOH terhadap Produksi gelatin tulang ayam broiler (*Gollus domestica*)". *Skripsi*. Malang. UIN Maulana Ibrahim. 2017.
- Fitriyani., Dini. "Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Asam Asetat Terhadap Karakteristik Gelatin Yang Diekstrak Dari Kulit Kambing Peranakan Etawa Dengan Proses Buang Bulu Secara Kimia". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Fujiastuti., dkk. "Akumulasi Logam Timbal (Pb) Dan Logam Tembaga (Cu) Dalam Udang Rebon (*Mysis. Sp*) Di Muara Sungai Palu". *Jurnal Pendidikan* 2. No.3 (Agustus 2013):h.130.
- GMIA. "Gelatin Handbook: Gelatin Manufacturers Institute of America Members". Amerika: 2012
- Hanafi., Muhammad, dkk. "Pemamfaatan Kulit Udang Untuk Pembuatan Kitosan Dan Glukosamin". *Jurnal JKTI* 10, no. 1-2 (Desember 2000):h. 17.

- Hardoyo., dkk. “Kondisi Optimum Fermentasi Asam Asetat Menggunakan *Acetobacter Aceti* B166”. *Jurnal Sains Mipa* 13, no. 1 (Desmber 2007): h. 17.
- Hermanto, dkk. “War 41 Diferensiasi Gelatin Asal Hewan pada Produk Permen Jelly Komersil Menggunakan FTIR dan Kalibrasi Multivariat”. *World Academic and Research Congress 2015*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Hermanto., Sandra, dkk. "Karakteristik fisikokimia Gelatin Kulit Ikan Sapu-Sapu (*Hyposarcus pardalis*) Hasil Ekstraksi Asam". *Jurnal Kimia* 4, no.2 (November 2014): h. 118.
- Imani., Allamah Kamal Faqih. "*Tafsir Nurul Quran*". Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Juliasti, dkk. “Pemanfaatan Limbah Tulang Kaki Kambing sebagai Sumber Gelatin dengan Perendaman Menggunakan Asam Klorida”. *Aplikasi Teknologi Pangan* 4, no. 1 (2015): h. 5-10.
- Karlina, Intan Riezky dan Lukman Atmaja. “Ekstraksi Gelatin dari Tulang Rawan Ikan Pari (*Himantura gerardi*) pada Variasi Larutan Asam untuk Perendaman”. *Skripsi*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta, 2016.
- Kusrini., Eni. “Menggali Sumber Daya Genetik Udang Jerbung (*Fennopenaeus Merguensis* De Man) Sebagai Kandidat Budaya Udang Di Indonesia”. *Jurnal Balai Risert Budidaya Ikan Hias* 3, no. 2(Oktober. 2015): h. 49 dan 51.

- Martianingsih, Niniet dan Lukman Atmaja. "Analisis Sifat Kimia, Fisika dan Termal Gelatin dari Ekstraksi Kulit Ikan Pari (*Himantura gerrardi*) melalui Variasi Jenis Larutan Asam". *Prosiding Kimia* (2010), h.1-9.
- Minah., Faidliyah Nilna, dkk. "Ekstraksi Gelatin Dari Hidrolisa Kolagen Limbah Tulang Ikan Tuna Dengan variasi Jenis Asam Dan Waktu Ekstraksi". *Jurnal Seniati*, ISSN: 2058-4218 (Malang 2016): h 28.
- Miskah., Siti, dkk. " Pengaruh Konsentrasi CH_3COOH Dan HCl Sebagai Pelarut Dan Waktu Perendaman Pada Pembutan Gelatin Berbahan Baku Tulang/Kulit Kaki Ayam". *Jurnal Teknik Kimia* 17, no.1 (Januari 2017):h. 2.
- Misnawati., Lilis. "Karakterisasi Sampel Hasil Preparasi Dan Sintesis *Graphene Oxide* Berbahan Dasar Minyak Jelantah Menggunakan Metode *Liquid Mechanical Exfoliation* Dalam Pelarut N-Heksana Dengan Variasi Waktu Blender Dan Konsentrasi Larutan Sebagai Upaya Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Mohani., Vega Camelia, dkk. "Pengaruh Jumlah Produksi Udang Indonesia, Harga Udang Internasional Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekspor Udang Indonesia". *Jurnal Administrasi Bisnis* 3, no. 2 (Oktober 2016):h. 68.
- Mukhriani. "Ekstraksi, Pemisahan Senyawa dan Identifikasi Senyawa Aktif". *Jurnal Kesehatan* 7, no. 2 (Makassar 2014):h. 362.
- Ngginak., James, dkk. "Komponen Senyawa Aktif Pada Udang Serta Aplikasinya Dalam Pangan". *Jurnal sains Medika*, no.2 (Juli-Desember 2013):h. 128 dan 136.

- Ong Lu ki, dkk. "Prospek limbah Kulit Udang Sebagai Bahan Baku Dalam Produksi Gelatin". *Jurnal Teknik dan Ilmu Pengetahuan Terapan* 9, no. 11 (November 2014):h. 2035.
- Pantow., Indra M, dkk. "Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Larutan Asam Asetat (CH_3COOH) Terhadap Karakteristik Gelatin Kulit Kaki Ayam". *Jurnal ZooteK* 36, no. 1 (Januari 2016):h. 23.
- Probosari., Enny. "Pengaruh Protein Diet Terhadap Indeks Glikemik". *Jurnal Nutrisi dan Kesehatan* 7, no. 1 (Semarang 2019): h. 33.
- Puspawati, N. M., dkk. "Isolasi Gelatin dari Kulit Kaki Ayam Broiler dan Karakterisasi Gugus Fungsinya dengan Spektrofotometri FTIR". *Kimia* 6, no. 1 (2012): h. 79-87.
- Rahmadiani., Wenny Devinta Dwi dan Aunurohim. "Bioakumulasi Logam Berat Kadmium (Cd) Oleh *Chaetoceros Calcitrans* Pada Konsentrasi Sublethal". *Jurnal Sains dan Seni Pomits* 2, no. 2 (2013):h. 202.
- Ramadani., Suci. "Pengaruh Perbedaan Jenis Asam Dan Waktu *Demineralisasi* Pada Nilai Rendemen Dan Sifat Fisiko Kimia Gelatin Tulang Sapi Bali". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Rares., Ratna, dkk. "Pengaruh Waktu Perendaman Dalam Larutan Asam Asetat (CH_3COOH) Terhadap Karakteristik Fisik Dan Kimia Gelatin Ceker Ayam". *Jurnal ZooteK* 37, no.2 (Juli 2017: h. 269.
- Rosentadewi., Almira. "Ekstraksi Dan Karakterisasi Gelatin Kulit Kambing Peranakan Etawah Menggunakan Hidrolisis Asam Asetat Pada Kulit Yang

Mengalami Proses Buang Bulu Secara Pemanasan". *SKripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Sahilah, dkk."Pengawasan Pasaar Halal Dari Kapsul Gel Lunak Dan Keras dalam Produk Farmasi Menggunakan PCR Dan Selatan-Hibridasi Pada analisis Biochip". *Jurnal Internasional Research Food* 19, no.1 (2012): h. 371.

Said, Muhammad Irfan, dkk. "Karakteristik Gelatin Kulit Kambing yang Diproduksi Melalui Proses Asam dan basa ". *Agritech* 31, no. 3 (2011): h. 190-200.

Santoso., Candra, dkk. "Perbedaan Penggunaan Konsentrasi Larutan Asam Sitrat Dalam Pembuatan Gelatin Tulang Rawan Ikan Pari Mondol (*Himantura Gerrardi*)". *Jurnal Pengelolaan dan Bioteknologi Hasil Perikanan* 4, no. 2 (Semarang 2015),h: 109-110.

Saputra., Sunardi Wijaya dan Subiyanto. "Dinamika Populasi Udang Jerbung (*Fennopenaeus Merguensis* De Man 1907) Di Laguna Segara Anakan, Cilacap, Jawa Barat". *Jurnal Ilmu Kelautan* 12, no. 3 (September 2007):h. 157.

Saputri., Karunia. "Peluang dan Kendala Ekspor Udang Indonesia Ke Pasar Jepang". *Jurnal ilmu Hubungan Internasional* 5. No.4 (201):h. 1181.


Sasmitaloka., Kirana Sanggrami, dkk. "Kajian Potensi Kulit Sapi Kering Sebagai Bahan Dasar Produksi Gelatin Halal". *Jurnal Peternakan* 41, no.3 (Agustus 2017): h. 335.

- Setiawati., Ima Hani. “Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanus Sp.*) Hasil Proses Perlakuan Asam”. *Skripsi*. Bogor: ITB, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*, vol 3. Jakarta : Lentera Hati, 2009
- Sompie, dkk. “Pengaruh Umur Potong Dan Konsentrasi Larutan Asam Asetat Terhadap Sifat Fisik Dan Kimia Gelatin Kulit Babi”. *Jurnal Sains Peternakan* 10. No. 1 (Maret 2012): h. 16.
- Suryati., dkk. "Pembuatan Dan Karakterisasi Gelatin Dari Ceker Ayam Dengan Proses Hidrolisis". *Jurnal Teknologi Kimia* 4, no. 2 (November 2015):h. 74.
- Susanti dan Bachmid Fairus. “Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi Dan Refluks Terhadap Kadar Fenolik Dari Ekstrak Tongkol Jagung (*Zea Mays L*’”. *Jurnal Teknik Kimia* 5, no. 2 (Oktober 2016): h.88.
- Syafiqah., Fatimah. “Analisis Gelatin Sapi Dan Gelatin Babi Pada Produk Cangkang Kapsul Dan Vitamin Menggunakan FTIR Dan KCKT”. *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016.
- Syafrudin. “Identifikasi Jenis Udang (Crustacea) Di Daerah Aliran Sungai (Das) Kahayan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah”. *Skripsi*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016.

- Trilaksani., Wini, dkk. "Ekstraksi Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanas Sp*) Dengan Proses Perlakuan Asam". *Jurnal Teknologi Hasil Perairan* 15, no.3 (Oktober 2012):h. 240 dan 241.
- Ulfah., Maria, dkk. "Ekstraksi Gelatin Ceker Ayam Dengan Metode Basa (Gelatin Extraction Of Chicken Claw With Alkaline Method)". *Jurnal Agroteknose IV*, no. 2 (Yogyakarta 2009): h. 19, 25 dan 27.
- Wardany., Devy Pramudyah, Dkk. "Kajian Awal Identifikasi Perbedaan Gelatin Sapi Dan Gelatin Babi Menggunakan Biosensor Berbasis *Surface Resonance* (SPR)". *Jurnal Ilmiah* (April 2012): h. 153.
- Yenti., Revi., dkk. "Pengaruh Variasi Konsentrasi Asam Asetat Terhadap Kuantitas Gelatin Dari Kulit Ikan Sepat Rawa (*Trichogaster Trichopterus*) Kering Dan Karakterisasinya". *Jurnal sains* 6, no.1 (Februari 2016): h.39.
- Yuliani dan Marwati. "Ekstraksi Dan Karakterisasi Gelatin Tulang Ikan Tenggiri (*Sconberemorus Commerson*)". *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian* (September 2015):h. 1.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Umum Penelitian

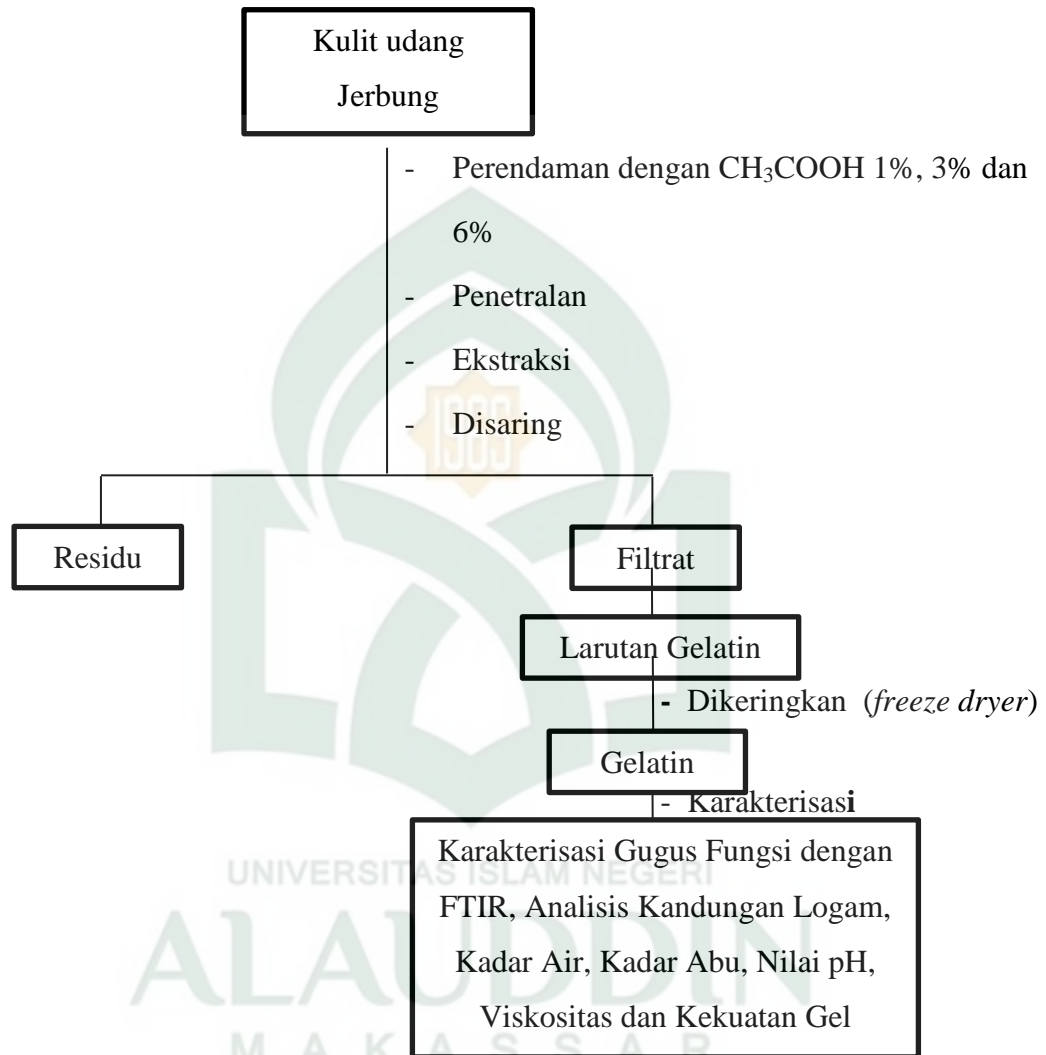

Lampiran 2. Perhitungan Pembuatan Larutan

1. Pembuatan Larutan Asam Asetat (CH_3COOH) 1%

Diketahui: $M_1 = 100\%$

$M_2 = 1\%$

$V_2 = 500 \text{ mL}$

Ditanyakan: $V_1 \dots ?$

Penyelesaian:

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100\% \times V_1 = 1\% \times 500 \text{ mL}$$

$$V_1 = 5 \text{ mL}$$

Hasil perhitungan pembuatan larutan asam asetat dengan rumus yang sama untuk konsentrasi 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Konsentrasi Asam Asetat (CH_3COOH)	Hasil Perhitungan
1%	5 mL
3%	15 mL
6%	30 mL

Lampiran 3. Analisis Data

1. Rendamen (%)

Konsentrasi 1%

Bobot sampel = 300 gram

Bobot gelatin = 2.14 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Bobot Sampel}}{\text{Bobot Gelatin}} \times 100\% \\ &= \frac{1,04 \text{ gr}}{100 \text{ gr}} \times 100\% \end{aligned}$$

% Rendamen = 2.54 %

Hasil perhitungan rendamen (%) dengan rumus yang sama untuk konsentri 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH)		
	1%	3%	6%
I	1,04	2,11	2,24
II	1,38	1,72	1,89
Rata-rata	1,21	1,91	2,06

2. Kadar Air (%)

Konsentrasi 1%

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot sampel} &= 0.5000 \text{ gram} \\
 W_1 (\text{B.kosong} + \text{B.sampel}) &= 28,8523 \text{ gram} \\
 W_2 (\text{B.Akhir}) &= 74.8830 \text{ gram} \\
 \% \text{ Air} &= \frac{W_1 - W_2}{\text{Berat Sampel.}} \\
 &= \frac{28,8642 \text{ gr} - 28,8523}{0,1000 \text{ gr}} \\
 \% \text{ Air} &= 11,9 \%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan kadar air (%) dengan rumus yang sama untuk konsentri 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH)		
	1%	3%	6%
I	11,9	11,5	10,4
II	9,4	8,1	6,5
Rata-rata	10,65	9,8	8,6

3. Kadar Abu (%)

Konsentrasi 1%

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot sampel} &= 0,1000 \text{ gram} \\
 b (\text{B. cawan} + \text{sampel}) &= 28,8642 \text{ gram} \\
 a (\text{B. cawan porselin}) &= 28,7642 \text{ gram} \\
 c (\text{B. akhir setelah tanur}) &= 28,8172 \text{ gram} \\
 \% \text{ Abu} &= \frac{c-a}{b} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{28,8172 \text{ gr} - 28,7642 \text{ gr}}{28,8642 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Abu} = 0,18 \%$$

Hasil perhitungan kadar abu (%) dengan rumus yang sama untuk konsentri 3% dan 6% adalah sebagai berikut:


Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH)		
	1%	3%	6%
I	0,18	0,16	0,12
II	0,20	0,17	0,15
Rata-rata	0,19	0,16	0,13

4. Kadar Logam Tembaga (Cu) pada gelatin

a. Absorbansi Larutan Standar

No.	Larutan Standar	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	(x ²)	(y ²)	x.y
1.	Larutan Blanko	0,0	-0,0001	0,0	0,00000001	0,0001
2.	1	0,1	0,0066	0,01	0,00004356	0,00066
3.	2	0,2	0,0118	0,04	0,00013924	0,00236
4.	3	0,5	0,0338	0,25	0,014244	0,0169
5.	4	1	0,0677	1	0,00458329	0,0677
6.	5	2	0,1500	4	0,0225	0,3
Σn = 6.		Σx = 3,8	Σy = 0,27	Σx ² = 5,3	Σy ² = 0,0386905	Σx.y = 0,38772

b. Grafik Larutan Standar

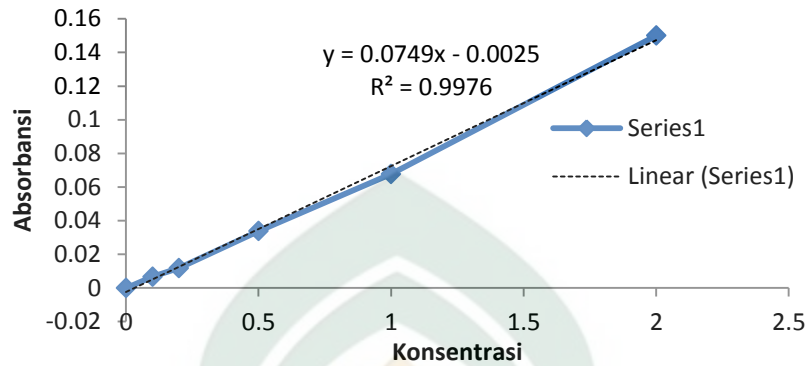

c. Absorbansi Larutan Standar

Pengulangan.	Absorbansi		
	1%	3%	6%
I	0.0134	0.0166	0.0118
II	0.0124	0.0129	0.0123

d. Perhitungan nilai b

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6 \times 0,38772 - 3,8 \times 0,27}{6 \times 5,3 - (3,8)^2}$$

$$b = 0,0748$$

e. Perhitungan nilai a

$$a = y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}}$$

$$a = 0,045 - 0,0748 \times 0,6333$$

$$= -0,0023$$

$$y = a + bx$$

$$= (-0,0023) + 0,0748x$$

f. Perhitungan nilai R^2

$$R^2 = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2) (n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{(6 \times 0,38762) - (3,8 \times 0,27)}{\sqrt{(6 \times 5,3 - (3,8)^2) (6 \times 0,0284854 - (0,27)^2)}}$$

$$R^2 = 0,9964$$

g. Konsentrasi tembaga (Cu) dalam sampel gelatin konsentrasi 1%

$$y = a + bx$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{0,0134 - (-0,0023)}{0,0748}$$

$$= 0,2098 \text{ mg/L}$$

Konsentrasi tembaga (Cu) dalam mg/Kg:

$$\text{Konsentrasi Cu} = \frac{0,2098 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,05 \text{ L}}{0,00055 \text{ Kg}}$$

$$= 19,0727 \text{ mg/Kg}$$

Hasil perhitungan kadar tembaga (Cu) dalam sampel gelatin konsentrasi 3%

dan 6% sebagai berikut:

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH ₃ COOH) (mg/kg)		
	1%	3%	6%
I	19,0727	18,4727	17,1363
II	17,8636	22,9636	11,7363
Rata-rata	18,4681	20,7181	17,4363


5. Kadar logam kadmium (Cd) pada gelatin

a. Absorbansi Larutan Standar

No.	Larutan Standar	X	Y	(x ²)	(y ²)	x.y
1.	Larutan Blanko	0,0	0,0008	0,0	0,00000064	0
2.	1	0,1	0,0168	0,01	0,00028224	0,00168
3.	2	0,2	0,0279	0,04	0,00077841	0,00558

4.	3	0,5	0,0790	0,25	0,006241	0,0395
5.	4	1	0,1561	1	0,02436721	0,1561
6.	5	2	0,3156	4	0,09960336	0,6312
$\sum n = 6$		$\sum x = 3,8$	$\sum y = 0,5962$	$\sum (x^2) = 5,3$	$\sum (y^2) = 0,13127286$	$\sum x.y = 0,83406$

b. Grafik Larutan Standar

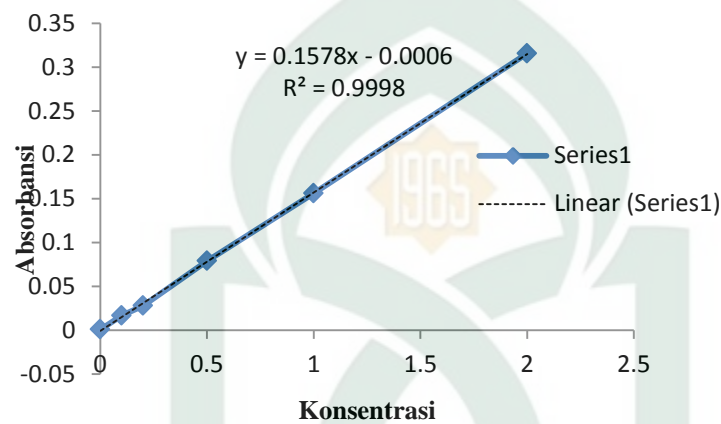

c. Absorbansi Larutan Standar

Pengulangan.	Absorbansi		
	1%	3%	6%
I	0.00012	0.0006	0.0009
II	0.00000	0.0003	0.0016

2. Perhitungan nilai b

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6 \times 0,83406 - 3,8 \times 0,5962}{6 \times 5,3 - (3,8)^2}$$

$$b = 0,1577$$

3. Perhitungan nilai a

$$a = y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}}$$

$$a = 0,0993 - 0,01577 \times 0,6333$$

$$= -0,0005$$

$$y = a + bx$$

$$= (-0,0005) + 0,1577x$$

4. Konsentrasi kadmium (Cd) dalam sampel gelatin konsentrasi 1%

$$y = a + bx$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{0,0012 - (-0,0005)}{0,1577}$$

$$= 0,0017 \text{ mg/L}$$

Konsentrasi kadmium (Cd) dalam mg/Kg:

$$\text{Konsentrasi Cd} = \frac{0,0017 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,05 \text{ L}}{0,00055 \text{ Kg}}$$

$$= 0,9727\text{mg/Kg}$$


Hasil perhitungan kadar kadmium (Cd) dalam sampel gelatin konsentrasi 3%

dan 6% sebagai berikut:

Pengulangan	Konsentrasi Asam Asetat (CH_3COOH) (mg/kg)		
	1%	3%	6%
I	0,9127	0,6272	0,8
II	0,2818	0,45	1,20
Rata-rata	0,6272	0,5408	1,0045

Lampiran 4. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin dengan FTIR

1. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Udang Konsentrasi Asam Asetat CH_3COOH 1%

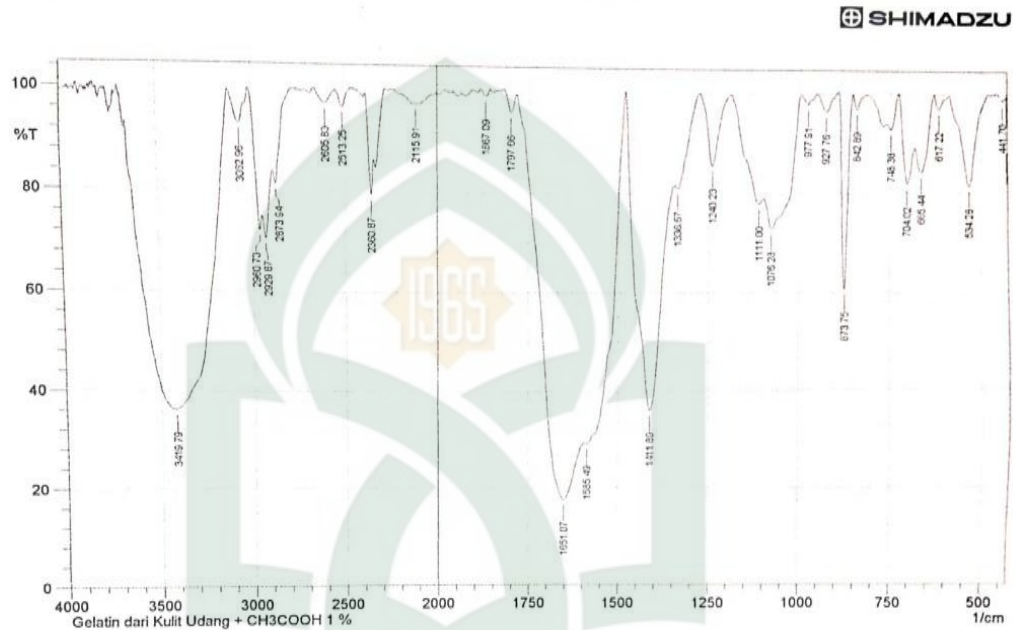

	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	441.7	98.533	1.366	459.06	430.13	0.078	0.073
2	534.28	81.274	18.574	588.29	480.28	3.978	3.908
3	617.22	96.91	2.967	630.72	590.22	0.283	0.254
4	665.44	84.115	8.142	680.87	630.72	2.457	1.213
5	704.02	81.706	12.647	727.16	682.8	2.591	1.439
6	748.38	92.778	3.722	761.88	729.09	0.74	0.306
7	842.89	96.913	3.042	854.47	815.89	0.23	0.217
8	873.75	60.515	39.56	894.97	856.39	3.593	3.608
9	927.76	96.381	3.127	954.76	908.47	0.404	0.318
10	977.91	97.808	1.271	997.2	968.27	0.168	0.069
11	1076.28	72.84	10.566	1097.5	999.13	9.826	4.796
12	1111	77.985	3.628	1190.08	1099.43	5.731	0.957
13	1240.23	85.645	14.206	1278.81	1192.01	2.289	2.226
14	1336.67	80.942	2.366	1342.46	1280.73	2.968	0.393
15	1411.89	36.03	54.736	1481.33	1344.38	32.183	26.109
16	1585.49	29.151	2.74	1589.34	1483.26	36.16	8.408
17	1651.07	17.557	33.894	1780.3	1591.27	79.596	28.925
18	1797.66	95.947	3.921	1815.02	1782.23	0.308	0.294
19	1867.09	99.05	1.319	1880.6	1853.59	0.04	0.083
20	2115.91	97.305	0.347	2243.21	2100.48	0.885	0.098
21	2360.87	79.435	11.339	2389.8	2345.44	2.609	1.068
22	2513.25	96.631	3.284	2547.97	2461.17	0.547	0.533
23	2605.83	97.225	2.676	2661.77	2547.97	0.763	0.713
24	2873.94	81.473	4.859	2889.37	2781.35	3.839	0.543
25	2929.87	70.662	6.921	2945.3	2891.3	6.393	1.026
26	2960.73	72.294	7.871	3012.81	2947.23	4.854	0.918
27	3062.96	93.089	6.523	3120.82	3014.74	1.843	1.659
28	3419.79	38.244	2.539	3431.36	3122.75	87.753	20.177


Comment: Scanned with
Gelatin dari Kulit Udang + CH_3COOH 1 %
CamScanner

Date/Time: 7/30/2019 10:46:33 AM


No. of Scans;

Resolution;

2. Hasil Analisisi Gugus Fungsi Gelatin Kulit Udang Konsentrasi Asam Asetat CH_3COOH 3%

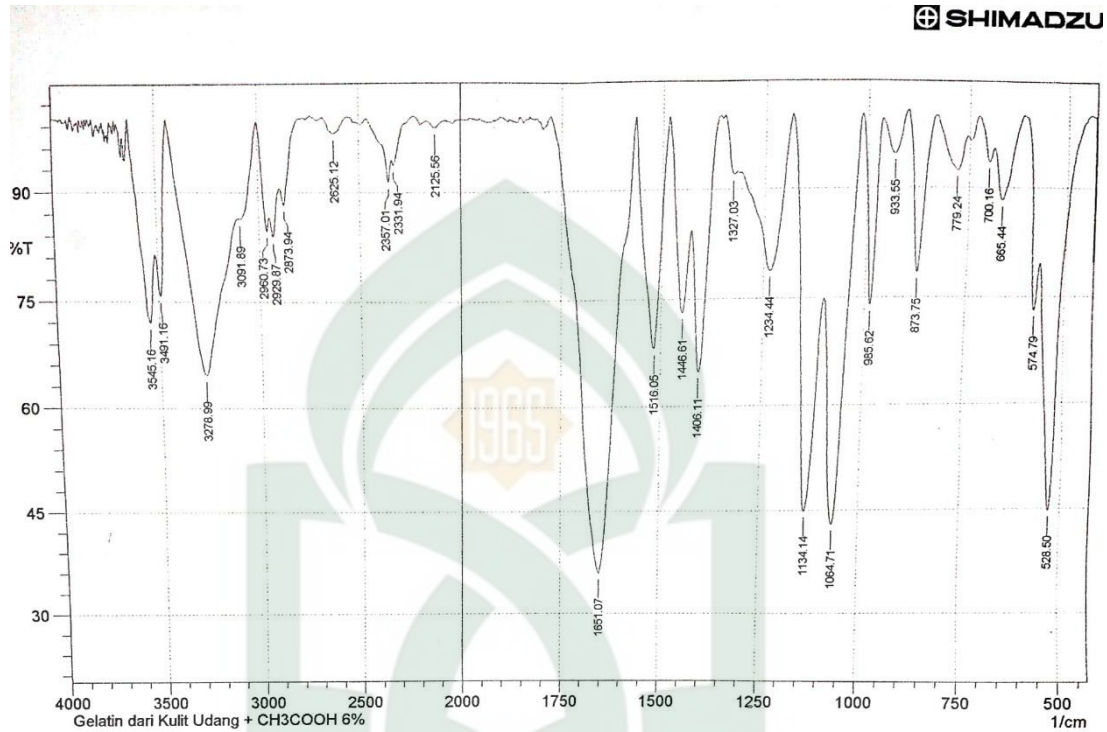

No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	528.5	44.743	40.763	563.21	443.63	14.109	8.578
2	574.79	73.069	11.103	605.65	565.14	2.936	0.915
3	665.44	88.285	8.422	686.66	613.36	2.156	1.421
4	700.16	93.558	3.302	727.16	686.66	0.657	0.227
5	779.24	92.378	5.545	831.32	756.1	1.611	1.094
6	873.75	78.407	21.938	902.69	833.25	2.852	2.935
7	933.55	94.686	5.401	964.41	902.69	0.774	0.797
8	985.62	73.944	25.758	1012.63	964.41	2.713	2.654
9	1064.71	42.905	41.813	1097.5	1014.56	16.12	11.003
10	1134.14	44.867	40.471	1182.36	1099.43	15.31	9.956
11	1234.44	78.784	18.396	1315.45	1184.29	7.802	5.619
12	1327.03	92.064	2.709	1348.24	1317.38	0.728	0.199
13	1406.11	64.818	24.597	1427.32	1361.74	6.277	3.936
14	1446.61	73.102	16.204	1483.26	1429.25	4.547	2.46
15	1516.05	68.172	31.353	1566.2	1485.19	7.13	6.988
16	1651.07	35.886	63.711	1776.44	1568.13	37.97	37.69
17	2125.56	98.706	0.934	2167.99	2073.48	0.317	0.171
18	2331.94	93.687	1.065	2339.65	2231.64	1.049	0.092
19	2357.01	91.428	3.574	2461.17	2341.58	1.894	0.341
20	2625.12	97.97	2.238	2681.05	2555.68	0.538	0.652
21	2873.94	88.371	3.77	2891.3	2789.07	2.378	0.491
22	2929.87	83.926	3.788	2945.3	2893.22	3.149	0.417
23	2960.73	84.747	5.177	2999.31	2947.23	2.334	0.602
24	3091.89	86.391	0.825	3097.68	3001.24	3.859	0.767
25	3278.99	64.699	28.73	3441.01	3099.61	36.891	25.835
26	3491.16	75.75	11.346	3512.37	3442.94	4.95	1.937
27	3545.16	72.055	14.238	3630.03	3514.3	9.75	4.457

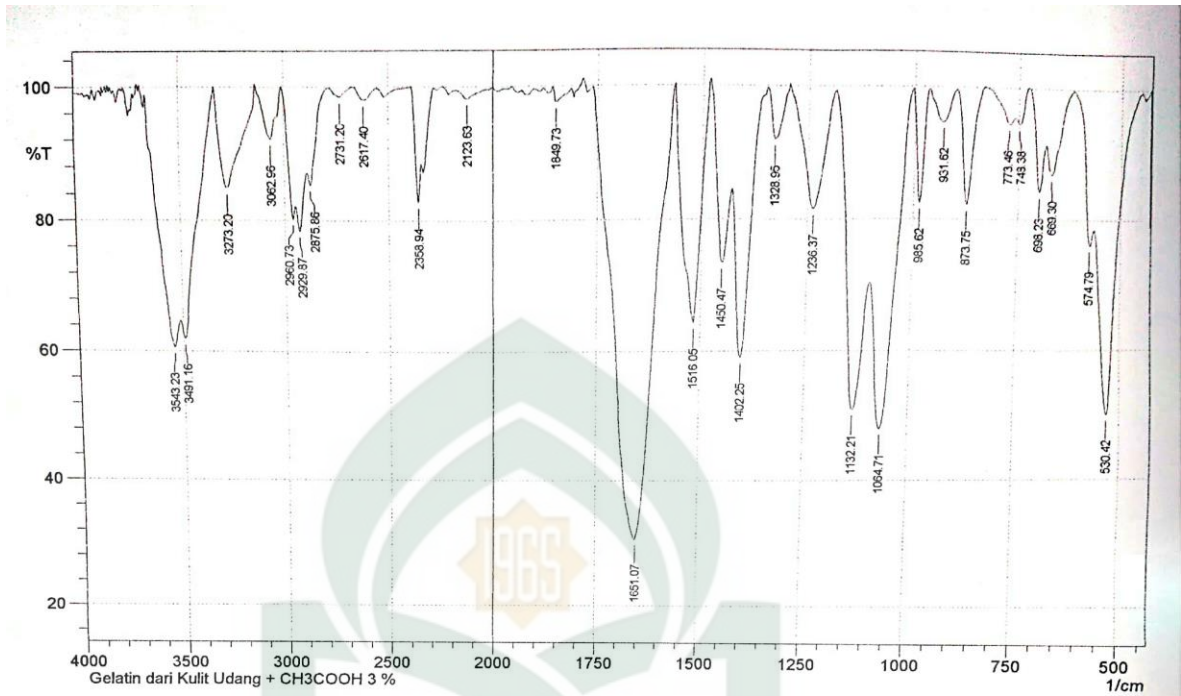


No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	530.42	49.959	34.74	563.21	453.27	13.199	7.476
2	574.79	76.113	6.423	615.29	565.14	2.72	0.426
3	669.3	86.828	5.785	680.87	617.22	2.023	0.752
4	698.23	84.24	10.292	725.23	682.8	1.714	0.863
5	748.38	94.428	2.467	758.02	727.16	0.496	0.191
6	773.46	94.437	1.959	831.32	758.02	0.878	0.14
7	873.75	82.15	17.606	898.83	833.25	2.262	2.209
8	931.62	94.652	4.95	966.34	900.76	0.906	0.793
9	985.62	82.48	17.137	1002.98	966.34	1.5	1.438
10	1064.71	47.973	32.758	1097.5	1004.91	16.132	9.168
11	1132.21	50.956	30.32	1186.22	1099.43	14.189	7.31
12	1236.37	81.591	17.898	1294.24	1188.15	4.637	4.412
13	1328.95	92.039	7.769	1346.31	1296.16	0.985	0.969
14	1402.25	59.072	30.492	1429.25	1348.24	8.401	5.489
15	1450.47	73.469	17.027	1481.33	1431.18	4.17	2.284
16	1516.05	64.401	36.324	1566.2	1483.26	8.436	8.671
17	1651.07	30.648	69.193	1761.01	1568.13	45.065	44.927
18	1849.73	97.67	1.892	1857.45	1828.52	0.211	0.122
19	2123.63	98.194	1.056	2171.85	2075.41	0.533	0.218
20	2358.94	82.773	9.365	2391.73	2343.51	2.241	0.919
21	2617.4	98.035	1.82	2665.62	2555.68	0.536	0.462
22	2731.2	98.48	1.414	2783.28	2671.41	0.388	0.338
23	2875.86	85.277	3.477	2889.37	2785.21	3.059	0.435
24	2929.87	78.336	5.097	2945.3	2891.3	4.617	0.691
25	2960.73	80.21	5.882	3007.02	2947.23	3.201	0.647
26	3062.96	92.219	4.565	3130.47	3035.96	1.964	1.013
27	3273.2	84.855	15.245	3329.14	3132.4	7.942	8.093
28	3491.16	61.952	6.848	3512.37	3331.07	18.628	1.648
29	3543.23	60.6	10.109	3639.68	3514.3	18.977	4.359

Comment: Scanned with CamScanner

Date/Time: 7/30/2019 10:39:29 AM

Lampiran 5. Hasil Analisis Kadar Logam Pada Gelatin Kulit Udang

1. Hasil Analisa Kadar Logam Kalsium(Cu) Gelatin Kulit Udang

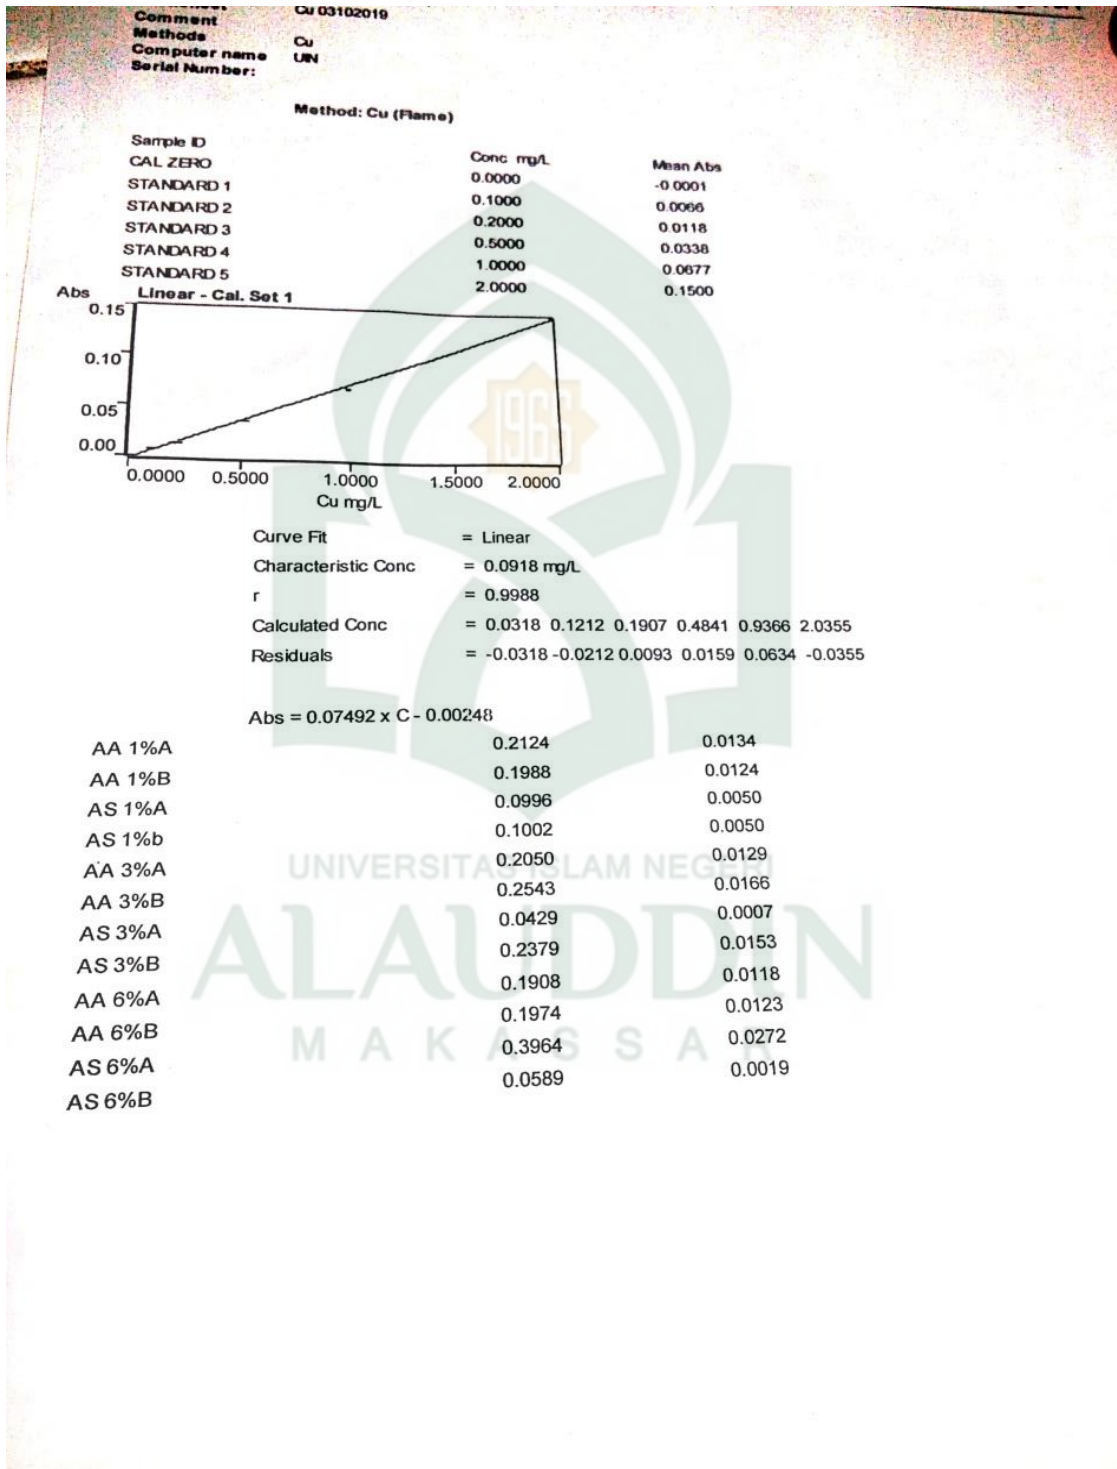

SpectrAA Report.


8:55 PM 10/4/2019

Page 1 of 1

Analyst
 Date Started 10:37 PM 10/3/2019
 Worksheet Cd 03102019
 Comment
 Methods Cd
 Computer name UIN
 Serial Number:


Method: Cd (Flame)


Sample ID	Conc mg/L	Mean Abs
CAL ZERO	0.0000	0.0008
STANDARD 1	0.1000	0.0168
STANDARD 2	0.2000	0.0279
STANDARD 3	0.5000	0.0790
STANDARD 4	1.0000	0.1561
STANDARD 5	2.0000	0.3156

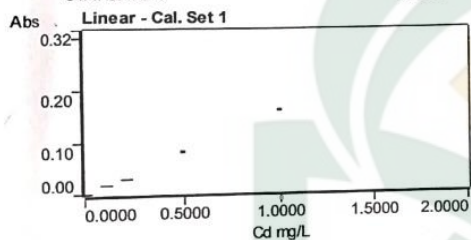

Curve Fit = Linear
 Characteristic Conc = *****
 r = *****
 Calculated Conc = 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 Residuals = 0.0000 0.1000 0.1000 0.4000 0.6000 1.4000

Abs =	UNCAL	0.0012
AA 1%A	UNCAL	0.0000
AA 1%B	UNCAL	0.0001
AS 1%A	UNCAL	0.0004
AS 1%B	UNCAL	0.0006
AA 3%A	UNCAL	0.0003
AA 3%B	UNCAL	0.0000
AS 3%A	UNCAL	0.0007
AS 3%B	UNCAL	0.0009
AA 6%A	UNCAL	0.0016
AA 6%B	UNCAL	0.0010
AS 6%A	UNCAL	0.0008
AS 6%B	UNCAL	

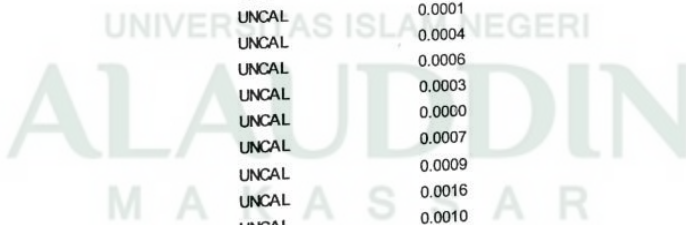

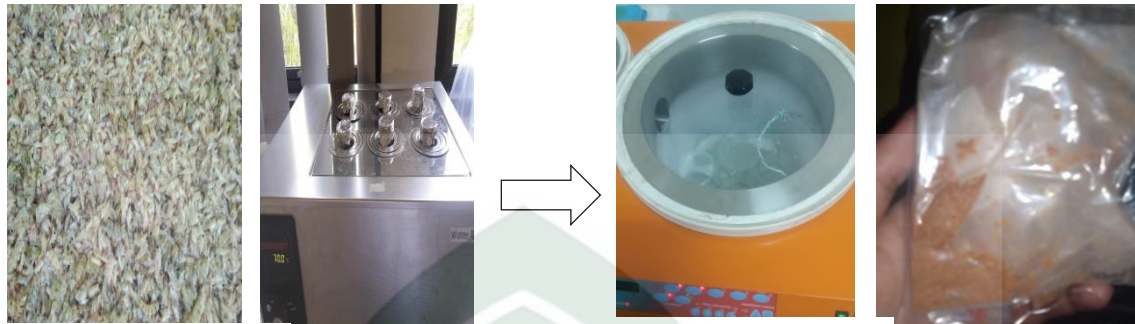Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian

Sampel

Ekstraksi Gelatin

Pengeringan

Gelatin Bubuk

1. Analisis nilai rendamen, pH, kadar air, kadar abu, kekuatan gel, dan viskositas
2. Analisis gugus fungsi dengan FTIR
3. Analisis kadar logam kadmium (Cd) dan tembaga (Cu) dengan AAS

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Andi Imas Cahyani. Lahir di Caramming, 12 September 1998. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Andi Muh. Tahir dan Ibu Banri Intan. Penulis memulai pendidikan formalnya di sebuah sekolah dasar di desanya yakni SDN NO. 137 Caramming dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan sekolah

menengah pertama di kecamatannya, yakni di SMP Negeri 3 Bontotiro dan menamatkan pendidikannya disekolah itu pula. Pada tahun 2012 penulis pun melanjutkan pendidikannya disebuah sekolah menengah atas tepatnya di SMA Negeri 3 Bulukumba dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2015. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuannya di tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan memilih prodi Kimia.