


**SINTESIS DAN KARAKTERISASI FOTOKATALIS TiO₂-ABU
SABUT KELAPA (*Cocos Nucifera L.*)**

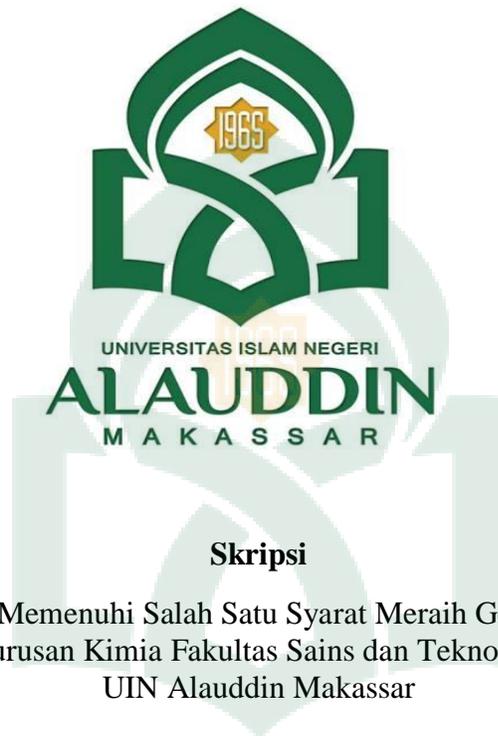

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

Miftahul Jannah
60500115028

**JURUSAN KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 60500115028
Tempat/Tgl Lahir : Waso/ 08 Agustus 1997
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : JL. H. M. Yasin Limpo N0.36 Samata, Gowa
Judul : Sintesis Dan Karakterisasi Fotokatalis TiO₂-Abu Sabut
Kelapa(*Cocos Nucifera L.*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2020

Penyusun



Miftahul Jannah
NIM:60500115028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Sintesis Dan Karakterisasi Fotokatalis TiO_2 -Abu Sabut Kelapa(*Cocos Nucifera L.*)" yang disusun oleh Miftahul Jannah, NIM: 60500115028 mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2020 bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 18 Agustus 2020
28 Dzulhijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof.Dr. M. Halifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Dr. H.Asri Saleh, S.T., M.Si	(.....)
Penguji I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Dr. Muhsin Mahfuz, S.Ag., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, atas berkat dan Rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Sintesis Dan Karakterisasi Fotokatalis TiO₂-Abu Sabut Kelapa (*Cocos Nucifera L*)**” untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana sains di Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Salawat* dan Salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang selalu istikamah hingga akhir zaman

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan studi ini, untuk itu penulis berterima kasih terutama Orang Tua tercinta sembah sujudku padamu terimakasih atas semua dorongan, pengorbanannya selama ini mencari rezki berjuang demi cita-citaku. Dan untuk kakak serta adik-adikku terima kasih support dan semangatnya selama ini. kalian adalah penyemangatku. Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis M.A., Ph,D selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil dan sejarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta wakil dan sejarannya.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku ketua jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku sekretaris jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang selalu memperhatikan selama berjalannya penelitian ini.

5. Ibu Kurni Ramadani, S.Si., M.Pd selaku pembimbing II yang juga tidak luput untuk memberikan saran-saran serta arahan yang begitu penting.
6. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku penguji I yang selalu memberikan saran dalam proses penelit.
7. Bapak Dr. Muhsin Mahfuz, S.Ag., M.Th.I. selaku penguji II yang selalu memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Sains dan Teknologi terkhusus untuk Staf dan dosen Jurusan Kimia.
9. Seluruh Laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar terkhusus untuk kak Ahmad Yani, S.Si, kak Ismawati, S.Si dan bapak Awaluddin, M.Si yang selalu sabar dalam membantu menyelesaikan penetian ini.
10. Rekan penelitian saya yaitu Dewi Mutiarani yang selalu menemani dalam setiap waktu penelitian ini terlaksanakan dan teman-teman KATAL15 (Kimia 2015) yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama kurang lebih 4 tahun bersama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan yang terdapat dalam setiap penyusunannya untuk itu penulismengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna untuk perbaikan skripsi ini agar kedepannya skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang memberikan manfaat untuk semua orang yang membacanya.

Samata, Agustus 2020

Penulis

Miftahul Jannah
NIM:60500115028

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	7-20
A. Komposisi Titanium Dioksida (TiO ₂).....	7
B. Fotokatalis dan Fotodegradasi.....	9
C. Sabut Kelapa	11
D. Aktivasi	14
E. Adsorpsi.....	16

F. <i>Scanning Electro Microscope (SEM)</i>	17
G. <i>Fourier Transform Infrared (FTIR)</i>	18
BAB III METODE PENELITIAN	21-23
A. Waktu dan Tempat	21
B. Alat dan Bahan	21
C. Prosedur Penelitian	22
1. Preparasi Sampel Sabut Kelapa	22
2. Penentuan Variasi Aktivator	22
3. Penentuan Uji Kadar Air Abu Sabut Kelapa	22
4. Penentuan Uji Kadar Abu Abu Sabut Kelapa	23
5. Penentuan Uji Kadar Zat Terbang Abu Sabut Kelapa	23
6. Pembuatan Katalis TiO ₂ -Abu Sabut Kelapa	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24-31
A. Hasil Penelitian	24
1. Hasil Kadar Air, Kadar Abu dan Kadar Zat Terbang	24
2. Hasil FTIR Abu Sabut Kelapa-TiO ₂ Abu Sabut Kelapa	24
B. Pembahasan	25
1. Pembahasan Kadar Air Abu Sabut Kelapa	25
2. Pembahasan Kadar Abu Abu Sabut Kelapa	25
3. Pembahasan Kadar Zat Terbang Abu Sabut Kelapa	26
4. Karakterisasi FTIR Abu Sabut Kelapa dan TiO ₂ -abu Sabut Kelapa	26
5. Karakterisasi SEM Abu Sabut Kelapa dan TiO ₂ -abu Sabut Kelapa	28
BAB V PENUTUP	32

A. Kesimpulan	32
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33-36
LAMPIRAN.....	37-62
RIWAYAT HIDUP.....	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sabut Kelapa	14
Gambar 2.2 Scanning Electro Microscope (SEM).....	17
Gambar 2.3 Diagram Skematik dan Cara Kerja SEM	18
Gambar 2.4 Alat <i>Fourier Transform Infrared</i> (FTIR)	18
Gambar 4.1 Hasil Spektra FTIR Abu Sabut Kelapa.....	27
Gambar 4.2 Hasil Spektra FTIR TiO ₂ - Abu Sabut Kelapa	27
Gambar 4.3 Hasil karakterisasi SEM Abu Sabut Kelapa	29
Gambar 4.4 Hasil karakterisasi SEM TiO ₂ -Abu Sabut Kelapa.....	29-30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sifat-Sifat TiO_2	7-8
Tabel 2.2 Komposisi Sabut Kelapa.....	13
Tabel 2.3 gugus fungsi dan Bilangan Gelombang Tertentu.....	19
Tabel 4.1 Hasil Kadar Air, Kadar Abu dan Kadar Zat Terbang	24
Tabel 4.2 Hasil FTIR abu sabut kelapa dan TiO_2 -abu sabut kelapa	24

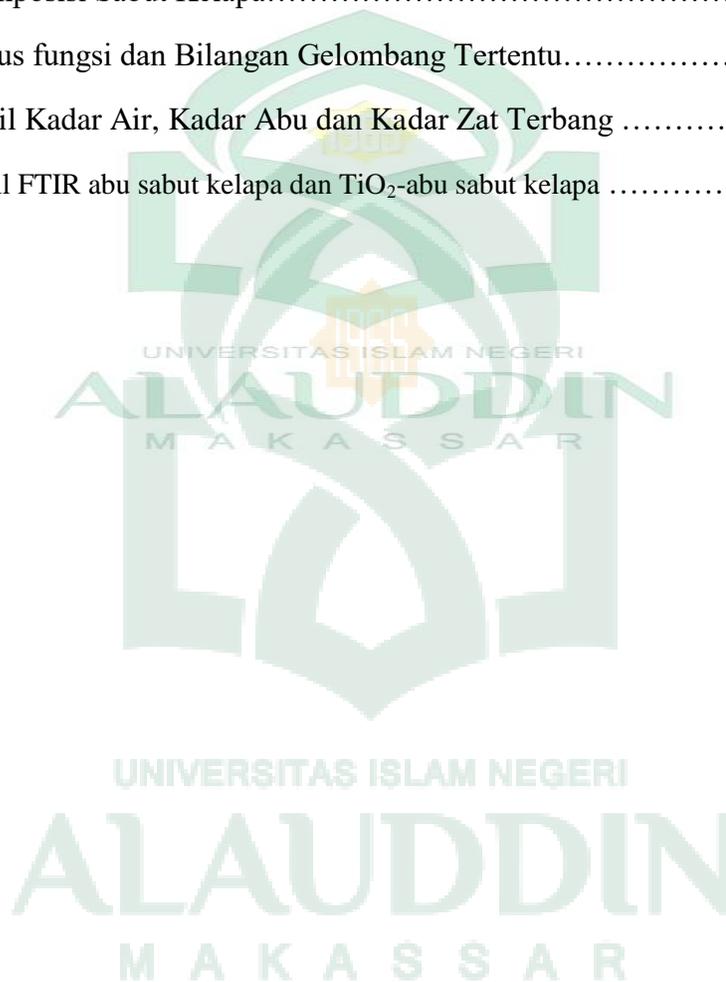

LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Kerja Penelitian	36
Lampiran 2 Skema Kerja Prosedur Kerja	37
Lampiran 3 Perhitungan Pembuatan Larutan	38
Lampiran 4 Perhitungan Uji Kadar Air	41-45
Lampiran 5 Perhitungan Uji Kadar Abu	46
Lampiran 6 Perhitungan Uji Kadar Zat Terbang	47
Lampiran 7 Dokumentasi Pembuat Larutan	49-50
Lampiran 8 Dokumentasi Uji Kadar Air.....	53-54
Lampiran 9 Dokumentasi Uji kadar Abu.....	56-56
Lampiran 10 Dokumentasi Uji Kadar Zat Terbang.....	57
Lampiran 11 Dokumentasi Pembuatan TiO ₂ -Abu Sabut Kelapa	58



ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 60500115028

**Judul Skripsi : Sintesis dan Karakterisasi Fotokatalis TiO₂-Abu Sabut Kelapa
(*Cocos Nucifera L.*)**

Titanium dioksida (TiO₂) merupakan suatu material yang memiliki beberapa sifat diantaranya inert, tidak beracun, memiliki fotokatalis yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakterisasi TiO₂-abu sabut kelapa dengan metode analisis menggunakan FTIR dan SEM. Hasil karakterisasi yang diperoleh dengan melakukan pengujian kadar air dan kadar abu mendapatkan hasil yang paling rendah yaitu 0,13% dan 5,74% dengan menggunakan aktivator NaOH 2%, sedangkan kadar zat terbang hasil yang paling rendah yaitu sebesar 1,28% dengan menggunakan aktivator HCl 2%. Hasil analisis menggunakan spektrofotometer FTIR bahwa TiO₂-abu sabut kelapa mempunyai gugus fungsi Ti-O-C, O-C-O dan OH. Hasil analisis SEM TiO₂-abu sabut kelapa pada pembesaran 10000x mempunyai daya serap yang bagus karena memiliki pori-pori yang terbentuk sangat banyak.

Kata Kunci: Fotokatalis, TiO₂, abu sabut kelapa, *Fourier Transform Infrared* (FTIR), *Scanning Electron Microscope* (SEM)

ABSTRACT

Name : Miftahul Jannah

NIM : 60500115028

**Thesis Title : Synthesis and Characterization Of TiO₂-Coconut Coir Ash
(Cocos Nucifera L.) Photocatalysy**

Titanium dioxide (TiO₂) is a material that has several properties including inert, non-toxic, and good photocatalyst. This study aims to determine the characterization of TiO₂-coconut husk by analytical methods using FTIR and SEM. The characterization results obtained by testing the moisture content and ash content obtained the lowest results, namely 0.13% and 5.74% using 2% NaOH activator, while the flying substance content had the lowest result, namely 1.28% using 2% HCl activator. The results of the analysis using a FTIR spectrophotometer show that TiO₂-coconut husk ash has Ti-O-C, O-C-O and OH functional groups. SEM analysis results of TiO₂-coconut husk ash at 10000x magnification have good absorption because it has very many pores formed.

Keywords: Photocatalyst, TiO₂, coconut husk ash, Fourier Transform Infrared (FTIR), Scanning Electron Microscope (SEM)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengolahan limbah dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan. Kerusakan yang terjadi di lingkungan adalah adanya pencemaran limbah cair dengan konsentrasi tinggi yang mengandung senyawa organik maupun anorganik salah satunya adalah limbah fosfat. Ada beberapa cara untuk pengelolaan limbah cair diantaranya adalah dengan fotokatalis degradasi. Fotokatalis ini berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dengan menghasilkan radikal hidroksil yang dapat bereaksi reduksi oksidasi (redoks) dengan senyawa organik (Sucahya, *et. al.*, 2016). Menurut Christma, *et. al.*, (2014), fotokatalis yang banyak digunakan yaitu TiO_2 karena TiO_2 sangat mudah bereaksi dengan polutan. TiO_2 juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah tercemarnya lingkungan oleh limbah tekstil, limbah fenol dan limbah fosfat.

Air limbah mengandung senyawa fosfat seperti polifosfat, fosfat organik atau senyawa fosfat yang dimana senyawa yang ada di dalamnya terdapat dalam bentuk tersuspensi atau terikat di dalam sel organisme dalam air dan dapat berbetuk terlarut (Army, 2009). Limbah fosfat yang terkandung dalam air merupakan jenis fosfat *orihosphate* anorganik atau sebagai fosfat kompleks dan ada juga yang berupa fosfat organik (Sri, *et. al.* 2015), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nani, (2017) detergen yang mengandung fosfat akan menghasilkan limbah yang mengandung polifosfat yaitu salah satu bentuk dari fosfor selain fosfor organik dan orthofosfat (H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} , PO_4^{3-}). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengolahan limbah cair seperti limbah

fosfat. Salah satu cara untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan oleh limbah cair maka perlu dilakukan proses adsorpsi (Sucahnya, *et. al* 2016).

Ada beberapa penelitian yang menggunakan metode adsorpsi untuk menurunkan senyawa-senyawa yang berbahaya dalam limbah cair. Pelolahan limbah cair yang menggunakan metode adsorpsi mempunyai efektivitas yang sangat tinggi sehingga dapat menurunkan senyawa yang berbahaya dalam limbah cair (Falahiya, 2011: 1-2), sedangkan menurut Lynch (1990), proses adsorpsi sangat membutuhkan adsorben agar dapat mengadsorpsi adsorbat. Adapun salah satu manfaat adsorben yaitu agar dapat menurunkan senyawa yang terkandung dalam limbah cair.

Beberapa tahun belakangan ini banyak peneliti melakukan penelitian menggunakan metode yang efektif, sederhana dan murah untuk proses pengolahan limbah cair menggunakan metode adsorpsi dengan memanfaatkan adsorben. Penelitian Crini (2006), menjelaskan ada beberapa bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai adsorben yang dapat mengurangi senyawa berbahaya dalam limbah cair yang banyak mengandung silika dari proses pembakaran sampah yang tidak digunakan oleh manusia dengan baik seperti abu ampas tebu, abu layang, abu tempurung kelapa, abu sekam padi dan abu sabut kelapa. Abu dari hasil pembakaran tersebut mempunyai kemampuan adsorpsi sangat baik.

Kelapa (*Imperata Cylendrika*) merupakan jenis tanaman yang memiliki banyak manfaat terutama untuk dijadikan sebagai minyak goreng dan bahan pangan lainnya. Salah satu bagian yang terpenting dari tanaman kelapa adalah buahnya. Bagian dari buah kelapa yang diambil untuk dimanfaatkan sebagai bahan masakan adalah daging buah dan air kelapanya, sedangkan sabut kelapa dibuang begitu saja dan kurang dimanfaatkan (Pamilia, *et.al.*, 2008: 2). Pemanfaatan sabut

kelapa selama ini kurang maksimal padahal tanaman kelapa di Indonesia tersebar di seluruh tempat. Sabut kelapa kebanyakan hanya dibuang dan dibakar. Pemilihan sabut kelapa sebagai bahan dasar pembuatan abu sabut kelapa dikarenakan banyaknya sabut kelapa yang ada di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan sabut kelapa memiliki potensi yang sangat besar sebagai adsorben karena di dalam lignin dan selulosa mengandung karbon. Oleh karena itu, sabut kelapa perlu diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat diantaranya dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan arang aktif sebagai adsorben sehingga dapat mereduksi jumlah sabut kelapa dalam timbunan sampah (Anik, *et.al.*, 2012: 2).

Didalam Q.S Sad 38: 27 telah dijelaskan apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini memiliki manfaat.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

Allah SWT menceritakan bahwa tidak sekali-kali dia menciptakan Makhluk-Nya dengan main-main.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

yakni orang-orang yang tidak percaya kepada hari bangkit dan tidak pula hari kembali, melainkan hanya percaya pada dunia saja.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Maksudnya celakalah mereka dihari mereka kembali saat mereka dibangkitkan karena akan memasuki neraka yang telah disediakan buat mereka

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar (1987), dikatakan bahwa orang kafir tidak akan percaya bahwa segala yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, kacau balau, zalim, aniaya, tidak bijaksana karena semuanya itu batil. sebagaimana sabut kelapa yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan semuanya itu dapat dibuktikan dalam ilmu pengetahuan mendalam tentang alam.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. tidak akan menciptakan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Apabila manusia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik maka dapat merusak lingkungan hidup, seperti halnya dengan sabut kelapa yang dapat dimanfaatkan sebagai metode alternatif untuk digunakan sebagai fotokatalis dalam melakukan proses penyerapan senyawa yang berbahaya dalam limbah cair yang dikombinasikan dengan TiO_2 .

Semikonduktor fotokatalisis menggunakan TiO_2 sebagai fotokatalis dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan, antara lain untuk pemurnian air dan udara, destruksi mikroorganisme seperti bakteri dan virus dalam aktivasi sel kanker, degradasi zat warna dan senyawa kimia beracun serta pembuatan gas hidrogen dari air (Rahmawati, *et.al*, 2008). Penelitian oleh Nugroho (2011) yang berbasis material fotokatalis titania (TiO_2) untuk pengolahan air limbah organik membuktikan reaksi fotokatalis pada TiO_2 dapat menjernihkan dan menghilangkan bau.

Penelitian Pritma, *et. al.*, (2009), tentang pembuatan filter air yang menggunakan TiO_2 sebagai bahan utama dengan penambahan bubuk silika, menghasilkan ukuran partikel bambu betung (*Dendrocalamus asper*) sekitar

0,5-1 μ m. Yuliani, *et. al.*, (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan ukuran partikel terkecil dimiliki oleh sampel, yaitu berkisar 158 nm.

Pemanfaatan katalis TiO₂ akan lebih efektif jika ditambahkan dengan adsorben. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2008), karbon aktif merupakan media adsorpsi yang dapat dikombinasikan dengan katalis TiO₂ karena dapat menangkap dan mengadsorpsi partikel-partikel yang sangat halus serta bersifat non-toksik, ekonomis, mudah dibuat dan didapatkan.

Penggunaan karbon aktif sebagai penyangga mampu mengadsorpsi banyak polutan organik sesuai dengan banyaknya TiO₂ yang ditambahkan, sehingga laju fotooksidasi meningkat. Dhinda (2012), dalam penelitiannya menjelaskan adsorben yang akan digunakan yaitu karbon aktif yang berasal dari tempurung kelapa. Pemanfaatan tempurung kelapa sebagai karbon aktif selain untuk mengurangi limbah padat tempurung kelapa sekaligus dapat memberikan nilai ekonomis yang tinggi yaitu sebagai karbon aktif. Tempurung kelapa sebagai karbon aktif memiliki mikropori yang banyak, kadar abu yang rendah, kelarutan dalam air yang tinggi, memiliki daya serap yang tinggi, tidak berbahaya bagi lingkungan dan mempunyai reaktivitas yang tinggi, sehingga karbon aktif dari tempurung kelapa cocok digunakan sebagai bahan adsorben karena memiliki kandungan karbon atau kemurnian yang cukup tinggi.

Pembuatan arang aktif dilakukan melalui proses karbonisasi yang dilanjutkan dengan proses aktivasi. Arang aktif terbuat dari bahan dasar organik, terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode aktivasi fisik (*physical activation*) dan metode aktivasi kimiawi (*chemical activation*). Pemilihan jenis aktivator akan berpengaruh terhadap kualitas arang aktif. Masing-masing jenis aktivator akan memberikan efek atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap luas

permukaan maupun volume pori-pori arang aktif yang dihasilkan. Bahan kimia yang dapat digunakan sebagai aktivator adalah asam, basa dan garam diantaranya HCl, NaOH, dan NaCl (Marsh dan Reinoso, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut akan dilakukan sintesis TiO_2 yang dikombinasikan dengan abu sabut kelapa yang akan diaktivasi dapat dijadikan sebagai adsorben. Adapun aktivator yang digunakan untuk mengaktivasi abu sabut kelapa yaitu HCl, NaOH, dan NaCl.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Karakterisasi Fotokatalis TiO_2 -Abu sabut kelapa dengan menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) dan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Karakterisasi Fotokatalis TiO_2 -Abu sabut kelapa dengan menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) dan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi manfaat lain dari sabut kelapa dalam penanganan pencemaran lingkungan.
2. Memberikan informasi bahwa Sabut kelapa yang dikombinasikan dengan TiO_2 dapat diaplikasikan dalam penanganan pencemaran lingkungan akibat penggunaan limbah organik dan anorganik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komposit Titanium Dioksida (TiO_2)

Titanium dioksida adalah salah satu material yang dapat memiliki beberapa manfaat diantaranya inert tidak beracun dan memiliki sifat optik yang baik, memiliki fotokatalis yang baik, semikonduktor dengan *band gap* yang lebar. Material TiO_2 memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fotokatalis dan adsorben (Fatima, *et.al.*, 2005).

Titanium dioksida (TiO_2), meskipun memiliki sifat kestabilan yang tinggi tetapi mempunyai nilai kelistrikan yang tinggi dan memiliki daya serap yang rendah terhadap larutan serta cahaya matahari (Yuliani, *et.al.*, 2016). Namun TiO_2 dalam bentuk serbuk ini mempunyai kelemahan untuk mendegradasi limbah yaitu sulit untuk dipisahkan, maka TiO_2 ini diperlukan alternatif lain. Salah satu alternatif tersebut yaitu dibuat dalam bentuk komposit. Komposit merupakan bahan yang heterogen yang terdiri dari matriks dan penguat (Titi, *et.al.*, 2013).

TiO_2 secara fisik mempunyai sifat seperti pada Tabel.1. TiO_2 memiliki biokompabilitas, tahan karat dan memiliki massa jenis yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai produk implan dalam tubuh. TiO_2 tidak larut dalam air, alkohol, asam sulfat, asam klorida namun larut dalam asam flourida dan asam sulfat pekat (Lita, 2017: 10).


Tabel. 2.1 Sifat-sifat TiO_2

No	Sifat	Nilai
1.	Densitas	4 g/cm ³
2.	Porositas	0 %
3.	Modulus Shear	90 Gpa
4.	Elastisitas	22 Gpa


5.	Resistivitas (25°C)	10^{12} cm
6.	Resistivitas (700°C)	$2,5 \times 10^4$ cm
7.	Konstanta dielektrik 1 MHz	85 volt/mil
8.	Ekspansi termal RT-1000°C	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
9.	Konduktivitas termal 25°C	$11,7 \text{ WmK}^{-1}$

Beberapa faktor akan mempengaruhi aktivitas fotokatalis TiO_2 , salah satu yang terpenting adalah bentuk kristalnya. Untuk kepentingan pengolahan limbah, dispersi TiO_2 pada penganan berpori (mesoporous material) memberikan keuntungan lebih khususnya secara ekonomis. Aktivitas TiO_2 -montmorillonit dapat dimanfaatkan untuk fotodegradasi zat warna dan pada fotodegradasi senyawa organik dari limbah cair industri tekstil (Fatimah, dkk., 2013: 3).


Titanium dioksida mempunyai 3 jenis bentuk kristal, yaitu *rutile*, *anatase* dan *brookite*. Dari ketiga jenis kristal tersebut, pada umumnya titanium berada dalam bentuk rutil dan anatase yang keduanya berstruktur tetragonal yang secara termodinamika anatase lebih stabil daripada rutil (Rahman, *et.al.*, 2014). Titanium dalam bentuk anatase merupakan titania yang paling baik yang dapat digunakan sebagai fotokatalis UV, karena titania hanya dapat menyerap sinar UV yang kelimpahannya sedikit di alam (Miyake, *et.al.*, 2015).

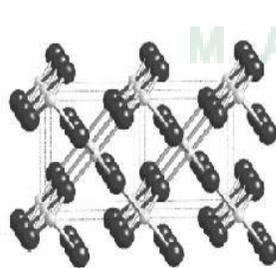

Rutile

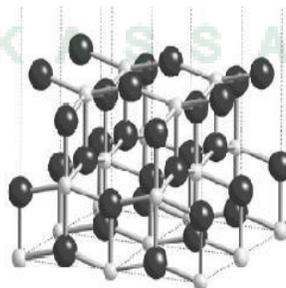

Anatase



Brookite

Semikonduktor TiO_2 telah lama dilaporkan sebagai fotokatalis yang menjanjikan karena harganya yang murah dan memiliki efektifitas yang tinggi. Aktivitas fotokatalitik dari TiO_2 dapat ditingkatkan dengan memodifikasi struktur, luas permukaan dan ukuran partikel (Zaleska, 2008). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basuki pada tahun 2007, karbon aktif merupakan media adsorpsi yang tepat untuk disisipkan katalis TiO_2 karena dapat menangkap dan menyerap partikel-partikel sangat halus selain itu tidak bersifat racun, mudah didapat dan ekonomis. Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Septiani *et al.*, (2013) karbon aktif dapat meningkatkan aktivitas fotokatalitik dari TiO_2 dengan memperluas permukaan dari TiO_2 . Dari hasil karakterisasi dengan *Scanning Electron Microscopy*, karbon aktif dapat mencegah penggumpalan antara partikel-partikel TiO_2 .

B. Fotokatalis Dan fotodegradasi

Fotokatalis adalah salah satu proses katalis dengan menggunakan batuan cahaya tampak atau UV. Selain itu, penggunaan dioksida logam lain, titanium dioksida dikenal tidak mempunyai sifat beracun, kemampuan yang dapat dipergunakan berulang kali tanpa kehilangan sifat kataliknya, memiliki sifat kestabilan termal yang tinggi, bersifat inert dalam reaksi dengan zat organik yang sulit terurai dan TiO_2 secara umumnya memiliki aktifitas yang lebih tinggi dari pada fotokatalis lainnya seperti SnO_2 , CdS , WO_2 dan ZnO (Lita, 2017: 13).

Diantara beberapa logam fotokatalis, oksida Ti dilaporkan memiliki aktivitas yang cukup besar dan efektif selain murah dan non toksik. Reaksi fotokatalis dengan TiO_2 dalam bentuk kristal anatase TiO_2 dilaporkan sebagai komponen aktif sedangkan dalam bentuk rutil kurang menunjukkan aktifitasnya. TiO_2 dengan bentuk kristal anatase dan rutil jika dikenai suatu sinar UV dengan $\lambda < 385 \text{ nm}$ untuk anatase dan $\lambda = 405 \text{ nm}$ untuk rutil, akan menghasilkan spesies oksidator pada permukaannya.

TiO₂ merupakan spesies oksidator kuat yang ditunjukkan H⁺ pada permukaannya. Oleh karenanya TiO₂ mampu mengoksidasi spesies kimia yang mempunyai potensi redoks yang lebih kecil. Pengurangan ukuran kristal berguna untuk menekan rekombinasi fotoeksitasi elektron (e⁻) dan lubang (h⁺) (2,5,7 eV) (Fatimah, *et.al.*,2013: 2-3).

Pemilihan suatu proses fotokatalis adalah salah satu cara yang prospektif untuk digunakan sebagai bahan alternatif pengolahan limbah, disebabkan fotokatalis dapat mendegradasi polutan organik (Navela, *et.al.*,2016). Fotokatalis TiO₂ jika digunakan dalam keadaan murni tidak maksimal karena mempunyai luas permukaan yang relatif rendah (Nevi, *et.al.*,2014).

Fotodegradasi merupakan reaksi pemecahan senyawa dengan menggunakan cahaya. Prinsip fotodegradasi yaitu adanya loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi pada logam semikonduktor yang dikenai oleh suatu energi foton (Lita, et al., 2017). Metode fotodegradasi menggunakan katalis yang berupa semikonduktor. CdS, ZnO, TiO₂, Fe₂O₃ adalah katalis semikonduktor yang sering digunakan. TiO₂ merupakan salah satu semikonduktor yang paling efektif karena mempunyai energi gap yang relatif besar (3,2 eV) yang baik untuk digunakan sebagai fotokatalis dengan harga yang terjangkau, melimpah di alam serta tidak beracun (Nevi, dkk., 2014).

Katalis semikonduktor jika dikenai sinar yang jauh lebih besar, maka elektron (e⁻) pada pita valensi akan bereksitasi menuju pita konduksi dan akan meninggalkan *hole* (h⁺) pada pita valensi. *Hole* (h⁺) dapat berinteraksi dengan H₂O dan OH⁻ yang berada di atas permukaan katalis yang dapat membentuk OH radikal (-OH) yang mempunyai sifat sebagai oksidator kuat (Nevi, *et.al.*,2014).

Proses adsorpsi adalah suatu metode atau cara pengolahan limbah yang telah banyak digunakan. Adapun kekurangan dari proses ini adalah tidak dapat mendegradasi polutan menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Sedangkan proses ini hanya dapat memindahkan limbah dari cairan kepermukaan adsorben. Sehingga adsorben tersebut perlu didegradasi setelah larutan tersebut jenuh. Teknologi yang sedang berkembang untuk mendegradasi limbah industri adalah fotokatalis yang memiliki beberapa keunggulan yaitu murah, hemat pemakaian bahan kimia dan energi serta polutan organik dapat mendegradasi menjadi senyawa yang tidak berbahaya seperti air dan CO₂ (Slamet, *et.al.*,2013: 2).

C. Sabut Kelapa

Indonesia memiliki penghasilan perkebunan dan pertanian yang berlimpah karena termasuk negara yang agraris. Sekitar 160 miliar ton limbah pertanian dan 80 miliar ton limbah dari area perhutanan dihasilkan pertahunnya. Limbah pertanian dan perkebunan tersebut jika tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Sebagian kecil limbah pertanian dan perkebunan selama ini banyak dibuang begitu saja dan ada juga digunakan sebagai makanan ternak. Limbah pertanian pada umumnya mengandung serat yang tinggi dengan kandungan protein ada yang berkualitas rendah (Yustinah, *et.al.*,2011:1).

Selama ini sabut kelapa kurang dimanfaatkan secara optimal sedangkan tanaman kelapa di Indonesia tersebar diseluruh tempat. Kelapa (*Imperata Cylendrika*) merupakan jenis tanaman yang memiliki banyak sekali kegunaan terutama untuk kopra dan bahan pangan lainnya. Namun limbah sabut kelapa hanya dibuang dan dibakar. Maka dari itu kita harus memnfatkan sabut kelapa sehingga dapat digunakan dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan arang aktif sebagai adsorben dan asam oksalat (Pamilia, dkk., 2008: 2).

Didalam Q.S Ar-rum 30:41 telah dijelaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia.

لَهُمْ عَمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ لَع

Terjemahnya:

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Q.S. Ar-rum: 30:41).

Kata (ظَهَرَ) *zhahara* pada mulanya berarti *terjadinya sesuatu di permukaan bumi*. Sehingga, karena dia di permukaan maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Kata *zhahara* pada ayat di atas memiliki arti *banyak* dan *tersebar*. Kata (الْفَسَادُ) *al-fasâd* menurut Al-Ashfahâni adalah *keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak*. Kata ini digunakan menunjukkan apa saja, baik jasmani, jiwa maupun hal-hal lain. Sementara ulama membatasi kata *al-fasâd* pada ayat ini dalam arti tertentu seperti *kemusyrikan* atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat yang membatasi itu, tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengkaitkan *fasâd* tersebut dengan *darat* dan *laut*. Hal ini berarti darat dan laut sebagai tempat terjadinya kerusakan misalnya, terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat dan dapat diartikan bahwa darat dan laut telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Sehingga, keseimbangan lingkungan menjadi kacau (Shihab, 2002/11 :76-77).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith (2013), menjelaskan bahwa berbagai macam kerusakan yang terjadi di alam semesta ini akibat ulah

manusia karena tidak dapat memanfaatkan apapun yang Allah ciptakan dengan baik. Itu semua dengan maksud Allah SWT menimpahkan balasan berbagai dari amal perbuatan dan tindakan buruk mereka seperti kemaksiatan, dosa, terhalan dari kebaikan dan munculnya berbagai keburukan. dibalik itu semua ada manfaatnya bagi manusia apabila mereka menyadari dan melakukannya dengan baik.

Sabut kelapa adalah limbah padat dari makanan yang bersumber dari kelapa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas di Indonesia dan limbah padat dari industri minyak kelapa. Hampir diseluruh negara yang menghasilkan kelapa terbesar kulit buah kelapa telah banyak dimanfaatkan untuk dijadikan suatu komoditas ekspor dengan mengolah sabut kelapa, sehinggamempunyai nilai tambah dari pada hanya dibuang begitu saja (Yessica, dkk., 2010: 1-2). Adapun komposisi dari sabut kelapa yaitu:

Tabel 2.2 Komposisi Sabut Kelapa

No.	Parameter	Kadar (%)
1.	α Selulosa	26,6
2.	Hemiselulosa	27,7
3.	Lignin	29,4
4.	Air	8
5.	Komponen Ekstraktif	4,2
6.	Uronat Anhidrat	3,5
7.	Nitrogen	0,1
8.	Abu	0,5

Sabut kelapa (*Cocos nucifera L.*) pernah diteliti berkaitan dengan potensinya sebagai biosorben dan bioakumulator logam berat, di antaranya karena memiliki persentase material dinding sel sebagai sumber pengikatan logam yang tinggi dan juga biomassa. Mawar D. Silalahi (2007) telah meneliti pemanfaatan sabut kelapa

untuk menurunkan kadar Mn (II) dalam air sumur di wilayah Jakarta yang diperoleh hasil tanpa perlakuan yaitu sebesar 99,56% sedangkan dilakukan menggunakan perlakuan hasil yang diperoleh yaitu sebesar 30%. K. Gopalakrishnan (2009) meneliti kemampuan sabut kelapa yang diaktifkan dalam menurunkan Zn (II), Cu (II) dan Cr (VI) pada limbah industry tekstil. Penelitian lain juga menyebutkan serbuk sabut kelapa (*coco peat*) dapat menyerap air, oli, Fe (II) dan Mn (II) (Anggriyani, *et.al.*, 2011: 3).



Gambar 2.1 Sabut kelapa
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

Komponen dasar sabut kelapa terdiri dari selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Selulosa adalah suatu komponen penyusun dinding sel tumbuhan. selulosa memiliki material padatan berpori sehingga mampu menyerap bahan-bahan disekelilingnya. Selulosa juga dibagi atas tiga jenis, yaitu alfa selulosa, beta selulosa dan gamma selulosa. Kadar selulosa yang tinggi pada sabut kelapa dapat menjadikan salah satu material yang memiliki manfaat besar (Tosi, *et.al.*, 2013).

D. Aktivasi

Aktivasi adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar porositas dan untuk menghilangkan sebagian besar jari-jari pori yang telah terbentuk. Proses

aktivasi terdiri atas dua, yaitu aktivasi secara kimia dan aktivasi secara fisika (Prasetyo dan Nasruddin, 2013). Aktivasi secara kimia dapat dilakukan dengan larutan asam H_2SO_4 dan $NaOH$ yang bertujuan untuk membersihkan permukaan pori, mengatur kembali letak atom yang dipertukarkan dan membuang senyawa pengotor (Lingga dan Rini, 2010).

Menurut Rizky, (2015) aktivasi kimia memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan aktivasi fisik diantaranya adalah

1. Aktivasi kimiawi dalam proses penyiapannya sudah terdapat zat kimia pengaktif, sehingga pada proses karbonisasi dan proses aktivasi karbon yang terbentuk merupakan metode aktivasi satu langkah.
2. Aktivasi kimiawi terjadi pada suhu yang lebih rendah, dibandingkan suhu pada aktivasi fisik.
3. Pengembangan pori di dalam struktur karbon dapat diperbaiki oleh efek *dehydrating agent*
4. Produk yang dihasilkan pada aktivasi kimiawi lebih banyak dibandingkan dengan aktivasi secara fisik.

Menurut Wirani, 2017 faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses aktivasi adalah:

1. Waktu perendaman

Lignin dapat membentuk senyawa *tar* yang dapat menutup pori-pori sehingga mengurangi daya serap. Oleh karena itu, perlu dilakukan perendaman untuk menghilangkan atau membatasi pembentukan lignin.

2. Konsentrasi larutan kimia

Semakin tinggi konsentrasi larutan kimia maka semakin kuat pengaruh larutan kimia tersebut mengikat senyawa-senyawa *tar* sisa karbonisasi untuk keluar melewati

mikro pori-pori dari karbon sehingga permukaan karbon semakin berpori, yang akan mengakibatkan semakin besar daya adsorpsi karbon aktif tersebut.

3. Ukuran bahan baku

Semakin kecil ukuran bahan baku yang diaktivasi maka akan semakin baik kualitas karbon aktif yang dihasilkan karena luas kontak antara bahan baku dengan larutan aktivasi semakin besar.

4. Suhu dan waktu aktivasi

Suhu dan lama aktivasi untuk tiap jenis bahan baku berbeda satu dengan yang lain. Pada bahan baku ampas tebu digunakan 250°C , pada aktivasi arang sekam padi suhu optimum didapatkan pada suhu 250°C .

E. Adsorpsi

Suatu proses penyerapan partikel (cair maupun gas) oleh suatu padatan yang terjadi secara reversibel. Proses terjadinya adsorpsi terdapat dua komponen yaitu adsorben yang mempunyai kemampuan yang dapat menyerap partikel dan adsorbat yaitu zat yang terserap. Keseimbangan adsorpsi terjadi karena larutan dikontakan dengan adsorben sehingga molekul yang terdapat dalam adsorbat akan berpindah dari larutan ke padatan sehingga konsentrasi yang terdapat dalam adsorbat akan dilarutkan dalam keadaan seimbang (Rahmah, 2014 :13-14).

Suatu proses adsorpsi dapat diaplikasikan untuk proses mengadsorpsi limbah cair. Proses adsorpsi memiliki tiga langkah utama agar terjadinya proses penyerapan larutan ke dalam jumlah yang besar permukaan adsorben, adsorpsi pada permukaan adsorben dan transportasi dalam partikel adsorben (Selvaraju, 2013: 14).

Menurut Nurfadillah (2017: 16-17), ada dua jenis adsorpsi, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia.

1. Adsorpsi Fisika

Adsorpsi fisika ini memiliki gaya tarik Van Der Waals yang kekuatannya relatif kecil. Molekul yang terikat sangat lemah dan energi yang dilepaskan pada adsorpsi fisika relatif rendah sekitar 10 kJ/mol. Molekul-molekul yang dapat diadsorpsi secara fisika tidak terikat kuat pada permukaan dan biasanya terjadi proses secara balik atau reversibel.

2. Adsorpsi Kimia

Adsorpsi kimia terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia antara substansi terlarut dalam larutan dengan molekul dalam media. Besar energi yang dilepaskan pada adsorpsi kimia sekitar 100 kJ/mol. Pada adsorpsi kimia partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia dan cenderung mencari tempat yang memaksimalkan bidang koordinasi dengan substrat.

F. Scanning Electron Microscope (SEM)


Scanning Electron Microscope (SEM) merupakan suatu jenis *microscope electron* yang menggambarkan bentuk permukaan material yang akan dianalisis yang menggunakan berkas elektron. Prinsip kerja SEM yaitu menggunakan berkas elektron yang dipantulkan dengan energi tinggi untuk menggambarkan luas permukaan material atau benda (Irnawati, 2017: 22-23).

SEM memiliki pembesaran yang berkisar 20-500.000 kali untuk proses pengamatan permukaan yang kasar. Sebelum melakukan *scanning* raster mendefleksikan berkas elektron untuk menscan permukaan sampel maka terlebih dahulu harus melalui lensa elektromagnetik. Hasil scan dengan gambar sampel dan tabung sinar katoda akan tersinkronisasi dan tampak pada area yang di scan. Hasil refleksi dari setiap sampel akan menimbulkan tingkat kontraksi yang tampak pada tabung sinar katoda yang timbul (Lisa, 2017: 25).



Gambar: 2.2 Scanning Electron Microscope (SEM)
(Sumber: Anggraeni, 2008).

Adapun cara kerja SEM yaitu *electron gun* yang dipancarkan oleh gelombang elektron akan terkondensasi pada lensa kondensor dan lensa objektif akan menjelaskan titik fokus. Medan magnetik sebagai sebagai sinar elektron yang menyediakan energi untuk *Scanning coil*. Detektor sekunder atau detektor backscatter akan mengumpulkan berkas sinar elektron yang memberikan cuplikan dan akan menghasilkan elektron sekunder (Irnawati, 2017: 24) .

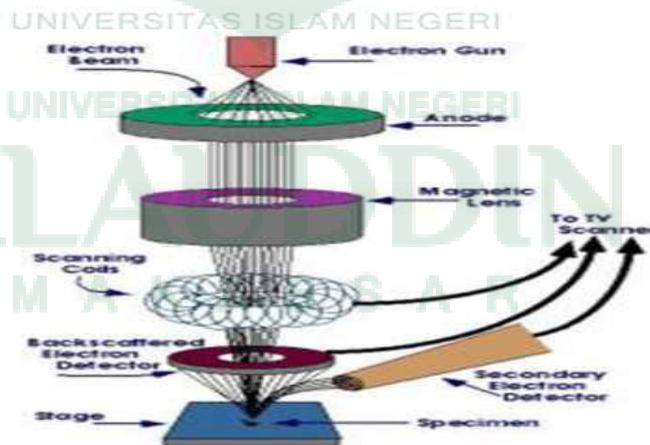

Gambar 2.3: Diagram skematik fungsi dasar dan cara kerja SEM (scanning electron microscopy) (sumber: https://materialcerdas.files.wordpress.com/2009/06/se_mjp2.jpg?w=199&h=300)

G. Fourier Transform Infrared (FTIR)

Fourier Transform Infrared (FTIR) adalah analisis spektroskopi absorpsi yang menggunakan sinar infra merah dari spektrum elektromagnetik, yang melewati spektrum sehingga menghasilkan senyawa yang terkandung dalam suatu sampel. Menggunakan teknik ini dapat menentukan kandungan senyawa dalam sampel (Ardiansyah, 2011).



Gambar 2.4 *Fourier Transform Infrared* (FTIR)
(Sumber UIN Alauddin Makassar)

Tabel 2.3 Gugus fungsi pada bilangan gelombang tertentu


Gugus	Jenis senyawa	Daerah Serapan (cm ⁻¹)
C – H	Alkana	2850 – 2960, 1350 – 1470
C – H	Alkena	3020 – 3080, 675 – 870
C – H	Aromatik	3000 – 3100, 675 – 870
C – H	Alkana	3300
C = C	Alkena	1640 – 1680
C = C	Aromatik	1500 – 1600
C – O	Alkohol, eter, asam karboksilat, ester	1080 – 1300
C = O	Aldehida, keton, asam karboksilat, ester	1690 – 1760
O – H	Alkohol, fenol (monomer)	3610 – 3640
O – H	Alkohol, fenol (ikatan H)	2000 – 3600 (lebar)
O – H	Asam karboksilat	3000 – 3600 (lebar)
N – H	Amina	3310 – 3500
C – N	Amina	1180 – 1360
NO ₂	Nitro	1515 – 1560, 1345 – 1386

(Sumber: Sastrohamidjojo, Hardjono, 2007)

Menurut Ahdaini, (2013) energi yang dihasilkan radiasi IR biasanya terjadi pada daerah 4000-400 cm⁻¹ atau panjang gelombang 2.5-25 μm dapat digunakan

pada transisi molekul yang melibatkan virasi atau rotasi. Spektroskopi $\overline{20}R$ digunakan untuk:

1. Penentuan gugus fungsi dalam senyawa organik
2. Penentuan susunan molekul dan stereokimia
3. Identifikasi semua jenis senyawa organik dan beberapa jenis senyawa anorganik
4. Penentuan kuantitatif beberapa komponen dalam campuran

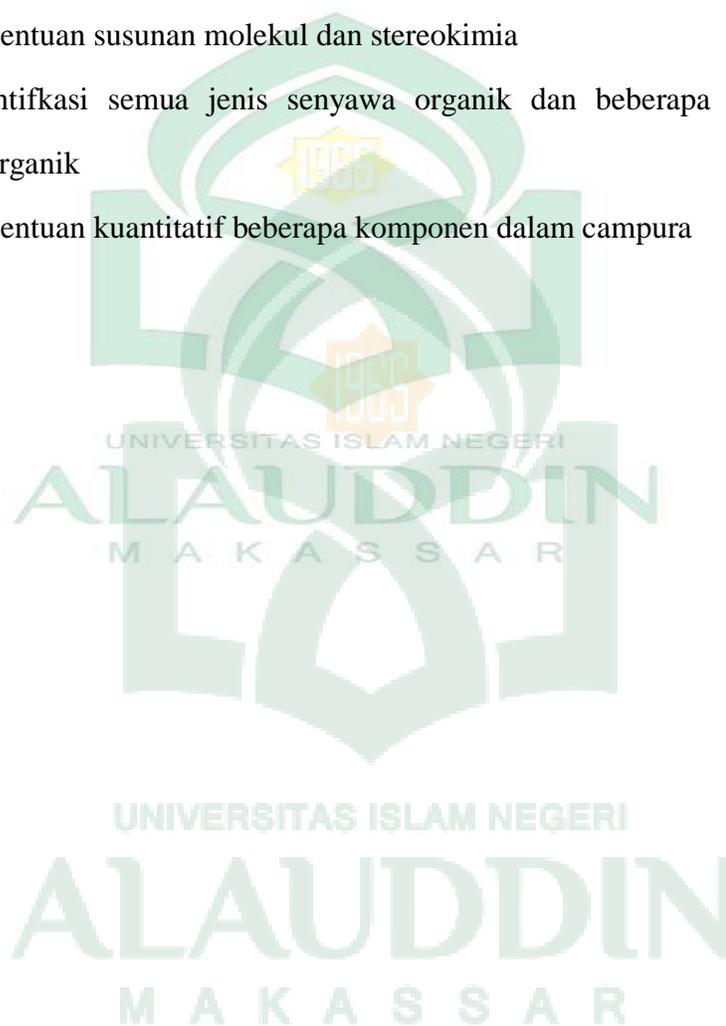

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2019 di Laboratorium Kimia Anorganik, Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Teknik Mesin Universitas Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya .

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fourier Transform Infrared* (FTIR) merk *Shimidzu* dan *Scanning Electron Microscope* (SEM) merk *Hitachi Flexsem 100*, magnetik stirrer, neraca analitik, tanur, oven, desikator, gelas kimia 250 mL, labu ukur 250 mL, Erlenmeyer 250 mL, pipet skala 5 mL, cawan porselin, corong, spatula, botol semprot, bulp dan batang pengaduk.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam asetat glasial (CH_3COOH), abu sabut kelapa (*Cocos nucifera* L.), aquades (H_2O), aluminium foil, asam klorida (HCl) pa 2%, isopropanol (2-propanol), natrium klorida (NaCl) pa 2%, natrium hidroksida (NaOH) pa 2%, Ti-Isopropoksida ($\text{C}_{12}\text{H}_{28}\text{O}_4\text{Ti}$), kertas pH dan tisu.

C. Prosedur Kerja

1. Preparasi Sampel Sabut Kelapa (Abraham, dkk., 2015)

Pertama-tama dikeringkan terlebih dahulu sabut kelapa selama 2 hari. Setelah itu sabut kelapa dipotong kecil-kecil kemudian dilakukan proses pembakaran sehingga sabut kelapa menghasilkan abu menggunakan tanur dengan suhu 600°C selama 3 jam.

2. Penentuan Variasi Aktivator (Singih dan Ratnawati, 2010)

Dilakukan penggilingan abu sabut kelapa dengan ukuran partikel $100\ \mu\text{m}$. Setelah itu, diaktivasi menggunakan bahan kimia NaCl, NaOH dan HCl dengan konsentrasi 2% selama 4 jam. Kemudian aktivator dan abu sabut kelapa dipisahkan lalu abu sabut kelapa dikeringkan selama 1 jam pada suhu 110°C , kemudian diuji kadar airnya.

3. Uji Penentuan Kadar Air Abu Sabut Kelapa (Singih dan Ratnawati, 2010)

Tahap selanjutnya penentuan kadar air abu sabut kelapa. Menimbang abu sabut kelapa seberat 1 gram kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110°C selama 1 jam. Setelah itu dinginkan dalam desikator selama 10 menit. Setelah itu ditimbang dan hitung kadar airnya. Hasil kadar air terbaik dari NaCl, NaOH dan HCl akan di uji menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) untuk mengetahui bentuk pori yang terdapat pada permukaan karbon dan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) untuk mengetahui senyawa kimia yang terkandung didalam abu sabut kelapa

4. Uji Penentuan Kadar Abu (Novitri, dkk., 2015)

Ditimbang sebanyak 4 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan. Cawan kemudian dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 600°C selama 1 jam. Kemudian didesikator selama 20 menit lalu ditimbang. Setelah itu hitung kadar abu yang diperoleh.

5. Uji Penentuan Kadar Zat Terbang (Novitri, dkk., 2015)

Ditimbang sebanyak 4 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan. Cawan kemudian dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 600°C selama 1 jam. Kemudian didesikator selama 20 menit lalu ditimbang. Setelah itu hitung kadar zat hilang yang diperoleh.

6. Sintesis dan Karakterisasi Katalis TiO_2 -Abu Sabut Kelapa (Lita, 2018)

Sebanyak 5 gram abu sabut kelapa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL. Kemudian ditambahkan akuades 50 mL ke dalam gelas kimia dan diaduk menggunakan stirer selama 10 menit. Selanjutnya dipipet 4 mL Ti-Isopropoksida dan dilarutkan pada campuran isopropanol (2-propanol) 10 mL dan akuades 10 mL. Kemudian larutan diaduk selama ± 15 menit dan dimasukkan abu sabut kelapa yang telah distirer sebelumnya serta ditambahkan asam asetat glasial 1 mL. Campuran tersebut diaduk selama 10 jam dan dimasukkan ke dalam oven 110°C selama 12 jam, kemudian dikarakterisasi menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM) dan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR)

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Kadar Air, Kadar Abu dan Zat Terbang

Tabel 4.1 Hasil Kadar Air, Kadar Abu dan Zat Terbang Abu Sabut Kelapa


Pengujian	Aktivasi		
	HCl 2%	NaCl 2%	NaOH 2%
Kadar Air	0,9513%	0,1389%	1,0030%
Kadar Abu	14,7036%	5,7435%	8,4057%
Kadar Zat Terbang	1,2873%	11,8459%	12,7242%

2. Hasil Sintesis TiO₂-Abu Sabut Kelapa Menggunakan FTIR

Tabel 4.2 Hasil FTIR abu sabut kelapa dan TiO₂-abu sabut kelapa

No.	Abu Sabut Kelapa		TiO ₂ -abu sabut kelapa	
	Bil. Gelombang (cm ⁻¹)	Gugus Fungsi	Bil. Gelombang (cm ⁻¹)	Gugus Fungsi
1.	1405,17 dan 1562,69	C=C	1411,50 dan 1552,85	Ti-O-C
2.	1014,98	C-O	1015,54	O-C-O
3.	3176,13	OH	3331,23	OH

3. Hasil Sintesis TiO₂-Abu Sabut Kelapa Menggunakan SEM

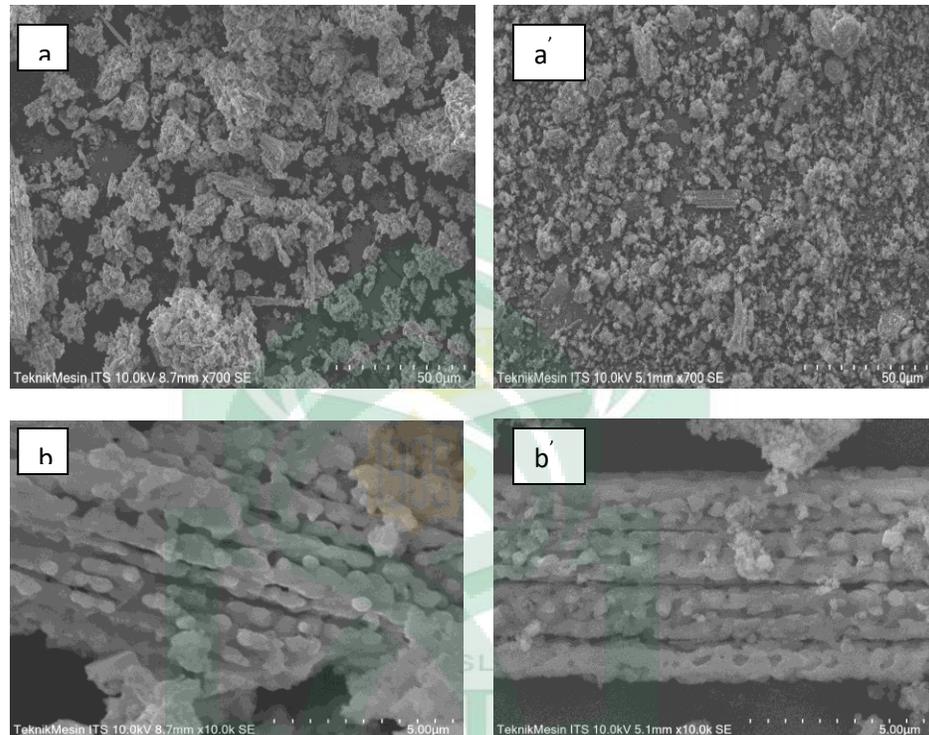

Gambar 4.3(a-b) Hasil SEM abu sabut kelapa teraktivasi NaOH 2% pembesaran 700x dan 10000x, (a'-b'). Hasil SEM TiO₂-abu sabut kelapa teraktivasi NaOH 2% pembesaran 700x dan 10000x

B. Pembahasan

1. Kadar Air Abu Sabut Kelapa

Kadar air ditentukan untuk mengetahui sifat hidroskopis karbon aktif. Abu sabut kelapa sebelum diuji kadar air maka terlebih dahulu diaktivasi menggunakan HCl, NaOH dan NaCl 2%. Dari ketiga hasil aktivasi tersebut telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995 kadar air maksimal 15%, namun hasil kadar air yang paling rendah terdapat pada NaOH 2%. Penurunan kadar air pada NaOH ini erat hubungannya dengan sifat hidroskopis

dari aktivator NaOH. Terikatnya molekul air yang ada pada karbon aktif oleh aktivator menyebabkan pori-pori pada karbon aktif semakin besar. Semakin besar pori-pori maka luas permukaan karbon aktif semakin bertambah. Bertambahnya luas permukaan ini akan mengakibatkan semakin meningkatnya kemampuan adsorpsi dari karbon aktif (Asri, *et.al.*, 2013). Hasil yang sama juga diperoleh dari dilakukan oleh Singgih, *et.al.*, (2010) yang menggunakan aktivasi NaOH 2% menghasilkan kadar air yang terendah.

2. Kadar Abu Sabut Kelapa

Penentuan uji kadar abu agar dapat menentukan kandungan oksida logam yang masih terdapat dalam abu sabut kelapa. Besarnya nilai kadar abu dapat mempengaruhi daya serap karbon aktif tersebut, baik gas maupun larutan karena kandungan mineral yang terdapat dalam abu seperti kalsium, kalium, magnesium dan natrium akan menyebar dalam kisi-kisi. Kadar abu yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya penyumbatan pori-pori karbon aktif sehingga luas permukaan karbon aktif menjadi berkurang (Jamilatun, *et.al.*, 2015).

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat dalam arang aktif. Kadar abu dari ketiga hasil aktivasi menggunakan HCl, NaOH dan NaCl 2% memenuhi SNI 06-3730-1995 kadar abu maksimal 10%, namun hasil kadar abu yang paling rendah terdapat pada NaOH 2%. Hal ini karena molekul-molekul NaOH dapat memecah dan menguraikan kandungan-kandungan non selulosa sehingga kadar abu yang dihasilkan rendah (Esterlita dan Netti, 2015).

3. Kadar Zat Terbang Abu Sabut Kelapa


Kadar zat terbang pada karbon aktif merupakan banyaknya zat yang menguap. Banyaknya kadar zat terbang akan mempengaruhi pada kemampuan daya serap dari karbon aktif. Kadar zat terbang yang tinggi akan mengurangi daya serap karbon aktif tersebut (Verlina, 2014).

Kadar zat terbang ketiga hasil aktivator HCl, NaOH dan NaCl 2% memenuhi SNI 06-3730-1995 kadar zat terbang maksimal 25%, namun hasil kadar zat terbang yang paling rendah yaitu 2,28% pada penggunaan aktivator HCl 2%. Hal ini disebabkan oleh terbentuknya gugus fungsi pada saat aktivasi HCl diakibatkan putusnya ikatan atom-atom seperti oksigen, nitrogen dan hidrogen pada gugus-gugus yang terbentuk dan menguap akibat pemanasan yang diberikan (Masyithah, *et,al*, 2018).


4. Karakterisasi Abu Sabut Kelapa dan TiO₂-Abu Sabut Kelapa

a. Karakterisasi Menggunakan FTIR

Karakterisasi menggunakan FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada abu sabut kelapa dan TiO₂-abu sabut kelapa. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh spektrum mengenai gugus fungsi abu sabut kelapa dan TiO₂-abu sabut kelapa.

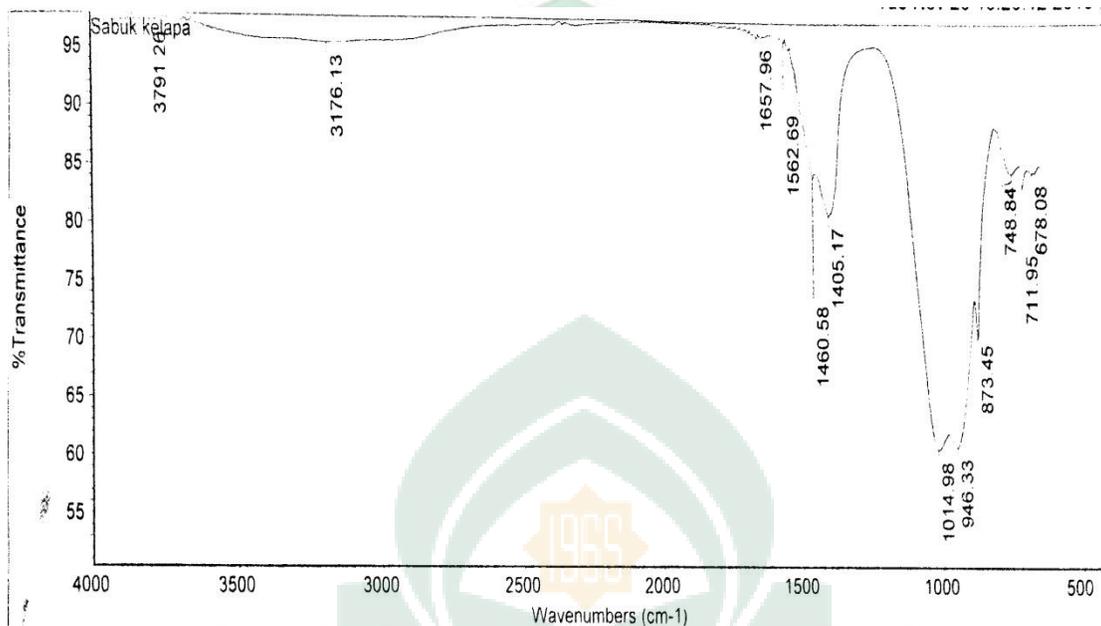

Gambar 4.1 Spektra FTIR abu sabut kelapa

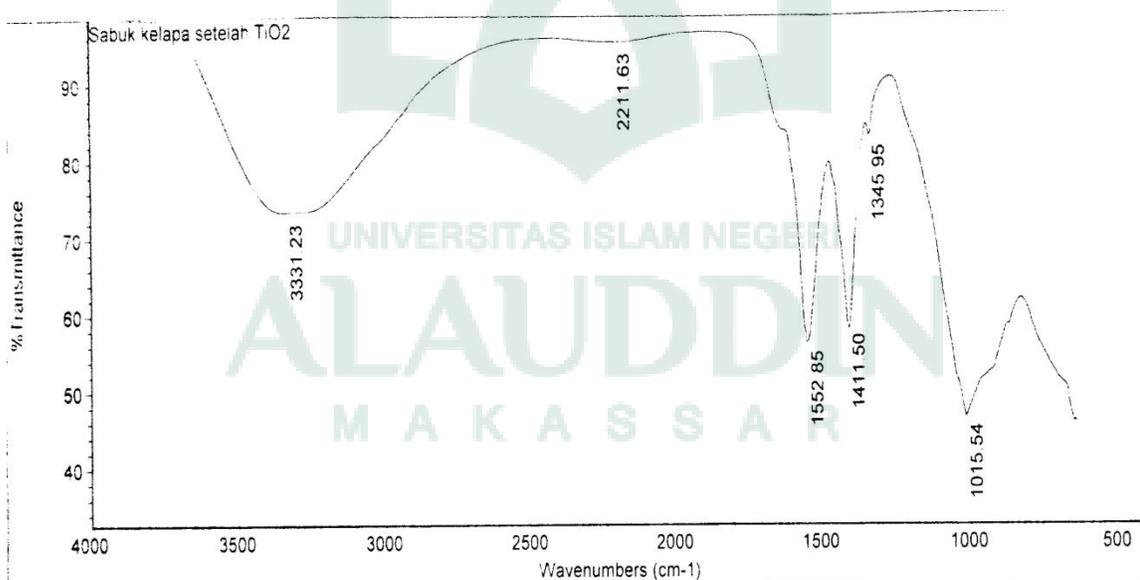

Gambar 4.2 Spektra FTIR TiO₂-abu Sabut kelapa

Hasil FTIR abu sabut kelapa setelah dikombinasikan dengan TiO₂ yang diaktivasi menggunakan NaOH 2% terjadi pergeseran serapan gugus OH dari bilangan gelombang 3176,13 cm⁻¹ ke 3331,23 cm⁻¹. Pada bilangan gelombang

1405,17 cm^{-1} dan 1562,69 cm^{-1} terjadi pergeseran serapan gugus C=C ke bilangan gelombang 1411,50 cm^{-1} dan 1552,85 cm^{-1} menunjukkan adanya ikatan Ti-O-C disebabkan adanya interaksi antara karbon dan TiO_2 yang merupakan interaksi non kimia (Listanti, *et.al.*, 2018)..

b. Karakterisasi Menggunakan SEM

Dilakukan pengujian SEM agar dapat mengetahui morfologi permukaan sampel dan juga ukuran dari material tersebut. Morfologi yang dapat dilihat dari luas permukaan abu sabut kelapa dapat diperoleh dari pengolahan elektron sekunder yang dihasilkan dari material abu sabut kelapa kemudian dianalisis menggunakan SEM. Karakterisasi SEM yang dihasilkan menunjukkan bahwa permukaan sampel tidak merata dan terdiri dari gumpalan (*cluster*) yang berbentuk lempengan yang menandakan adanya ukuran partikel pada permukaan sampel yang tidak merata (Battisha, 2012).

Pada (Gambar 4.3 a-b) menunjukkan bahwa permukaan sampel tidak merata dan terdiri dari gumpalan-gumpalan (*cluster*) yang terbentuk lempengan yang mengindikasikan adanya ukuran butir yang tidak merata pada permukaan sampel. Pori-pori dari abu sabut kelapa yang dihasilkan sedikit, belum terbuka secara sempurna, sedangkan pada (Gambar 4.3 a'-b') menunjukkan bahwa abu sabut kelapa setelah ditambahkan dengan TiO_2 permukaan sampel yang merata, terbentuk sangat rapi, luas permukaan yang semakin merapat dan pori-pori karbon yang terbuka jauh lebih banyak dan terlihat jelas karena aktivator NaOH yang digunakan merupakan basa kuat yang dapat menghilangkan zat-zat pengotor dalam karbon seperti volatil dan tar sehingga membuat karbon lebih berpori (Oktaviani, *et.al.*, 2015).

Pada pembesaran 10000x mempunyai daya serap yang bagus karena pori-pori yang terbentuk semakin banyak. Daya serapnya akan semakin maksimal dan akan relatif konstan apabila semakin lama waktu aktivasi. Adapun perbedaan permukaan tersebut sangatlah signifikan karena pada pembesaran 10000x abu sabut kelapa tidak terlalu rata dan sedangkan pada TiO₂-abu sabut kelapa permukaannya sangat rapi sehingga terlihat jelas pori-pori yang terbentuk. Jenis aktivator dan lama proses aktivasi akan mempengaruhi kualitas karbon aktif yang dihasilkan (Singgih, dkk., 2010).

Pengukuran daya serap dengan aktivator NaOH menunjukkan hasil yang terbaik. Sebagai data pendukung dapat dilihat dari perbedaan morfologi permukaan karbon sebelum dan sesudah dicampurkan dengan TiO₂. Dari hasil SEM sebelum dicampurkan dengan TiO₂ (gambar 4.3 a-d) tampak luas permukaan yang tidak merapat dan tidak merata. dibandingkan setelah dicampurkan dengan TiO₂ (gambar 4.3 a'-d') tampak permukaan pori-pori lebih banyak bermunculan, luas permukaan yang merapat dan susunannya lebih teratur.

Q.S Ibrahim 14:24-25 menjelaskan bahwa bagian apapun yang terdapat pada kelapa memiliki manfaat.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿٢٥﴾ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya

“(24) tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. (25) pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.”

Perumpamaan yang terdapat pada ayat ke-24 menjelaskan kata-kata ucapan yang mengandung ajaran tauhid, yaitu “La ilaha illa llah” atau kata-kata yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kata-kata tersebut diumpamakan sebagai pohon yang baik, “akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar daunnya tempat bernaung dan buahnya lezat dimakan” yang artinya apapun yang Allah ciptakan memiliki banyak manfaat, sedangkan pada ayat ke-25 menggambarkan bahwa pohon yang baik selalu memberikan buah yang baik pada setiap manusia dengan seizin Tuhan-Nya. Sebab itu, manusia yang mengambil manfaat dari pohon itu hendaknya bersyukur kepada Allah, karena pada hakikatnya, bahwa pohon itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Begitupun dengan sabut kelapa, bahwa sabut kepala berasal dari pohon kelapa. Pohon kelapa yang mulai dari akar sampai daun memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya yaitu sabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif untuk dijadikan sebagai adsorben dan dipelajari dalam ilmu pengetahuan tentang alam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kadar air dan kadar abu mendapatkan hasil yang paling rendah dengan menggunakan aktivator NaOH 2%, sedangkan kadar zat terbang mendapatkan hasil yang paling rendah dengan menggunakan aktivator HCl 2%. Hasil karakterisasi spectra FTIR abu sabut kelapa setelah dikombinasi dengan TiO₂ terjadi beberapa pergeseran, sedangkan pada karakterisasi menggunakan SEM abu sabut kelapa dikombinasikan dengan TiO₂ memiliki permukaan luas yang merata dan daya serap yang baik pada pembesaran 1000x.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya adalah dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan aplikasi terhadap penurunan limbah organik maupun anorganik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya
- Ahdaini, Maulida Putri. "Analisis Minyak Babi pada Krim Pelembab yang Mngandung Minyak Inti Sawit dengan Menggunakan Spektroskopi *Fourier Transform Infrared* (FTIR)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarts, 2013.
- Anggriyani, *et.al.*, Uji Efektifitas Dan Efisiensi Filter Biomassa Menggunakan Sabut Kelapa Sebagai Bioremoval Untuk Menurunkan Kadar Logam (Cd, Fe, Cu), Total Padatan Tersuspensi Dan Meningkatkan pH Pada Limbah Air Asam Tambang Batu Bara, Prestasi. Vol.1, No. 2 (2011).
- Anik, *et.al.*,, Studi Pengaruh Penambahan Sabut Kelapa Pada Pembuatan Pupuk Cair Dari Limbah Air Cucian Ikan Terhadap Kialitas Unsur Hara Makro. *Jurnal Penelitian*, vol. 1, no. 3 (2012).
- Ardiansyah, Ryan. "Pemanfaatan Pati Umbi Garut untuk Pembuatan Plastik *Biodegradabel*". *Skripsi*. Depok: Faklutas Teknik, Universitas Indonesia, 2011.
- Basuki, K. T., Setiawan, B., Nurimaniwathy. (2008). Penurunan Konsentrasi Co Dan NO₂ Pada Emisi Gas Buang Menggunakan Arang Tempurung Kelapa Yang Disisipi TiO₂. Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir, Yogyakarta.
- Christmas, Togas, *et.al.*, Fotodegradasi Zat Warna Metanil Yellow Menggunakan Fotokatalis TiO₂-Karbon Aktif. *MIPA UNSRAT ONLINE*. vol. 3, no. 2, (2014): 87. b
- Crini,G.Non-Coventional Low-Cost Adsorbents For Dye Removal: Areview.Bioresour. *Technol.* 97:1061-1085 (2006).
- Dhida, K. S. 2012. *Removal of Phenolic Compounds from Aqueous Solution by Adsorption on to Activated Carbons Prepared from Date Stones by Chemical Activation with FeCl*. Chemical Engineering Department-College Of Engineering University Of Baghdad. Iraq.
- Esterlita, M.O. dan N. Herlina. Pengaruh penambahan aktivator ZnCl₂, KOH dan H₃PO₄ dalam pembuatan karbon aktif dari pelepah aren (Arenga pinnata). *Jurnal Teknik Kimia Universitas Sumatera Utara*, volume 4 (1): 47-52 (2015).
- Falahiyah., Adsorpsi Methylene Blue Menggunakan Abu Dari Sabut dan Tempurung Kelapa Teraktivasi Asam Sulfat. *Skripsi*. (2015)

- Fatimah, *et.al.*, Pengaruh Dopan Zink Oksida pada TiO_2 terhadap Penurunan Kadar Limbah Fenol dan Cr(VI) secara Simultan dengan Metode Fotokatalisis. *Kimia Sains dan aplikasi*. vol. 17, no. 3 (2013): 258-257.
- Fatimh, *et.al.*, Sintesis TiO_2 /Zeolit Sebagai Fotokatalis Pada Pengolahan Limbah Cair Industri Tapioka Secara Adsorpsi-Fotodegradasi. *Teknoin*, Vol. 10, No. 4, (2005): 26-27.
- Irnawarti, Karakterisasi Butiran Sub Mikron Nanomaterial Karbon Batok Kelapa Dengan Variasi Waktu Pengadukan Baha Yang Digunakan Untuk Filtrasi Logam Fe Dari Limbah Air Selokan Mataram Berdasarkan Uji Uv-Vis, Xrd, Sem Dan Aas. *Skripsi*. (2017).
- Jamilatun Siti, Martomo Setyawan,. Pembuatan Arang Aktif dari Tempurung Kelapa dan Aplikasinya untuk Penjernihan Asap Cair. *Jurnal Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta*. (2015).
- Jamilatun, *et.al.*, Karakteristik Arang Aktif Dari Tempurung Kelapadengan Pengaktivasi H_2SO_4 Variasi Suhu Dan Waktu. *Simpasium Nasional Teknologi Terapan*. vol 2,no.4 (2015)
- Lingga dan Rini. "Optimasi Aktivasi Zeolit Alam untuk Dehumidifikasi". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Teknik, Universitas Diponigoro, 2010.
- Lisa, Uji Karakteristik Nanopartikel Magnetit (Fe_3O_4) Menggunakan X-Ray Diffraction Dan Scanning Electron Microscopy. *Skripsi*. (2017).
- Listanti, *et.al.*, Investigasi Struktur Dan Energy Band Gap Partikel Nano TiO_2 Hasil Sintesis Menggunakan Metode Sol-Gel. *Physical Science Engineering*. vol. 3, no. 1 (2018).
- Lita, Komposit TiO_2 /Abu Daun Bambu Sebagai Fotokatalis Pada Degradasi Methylene Blue Secara Fotodegradasi. *Skripsi*. Yogyakarta, 2018.
- Lynch C.T. *Practical Handbook Of Material Science* 2th Edition. new York: CRC Pr. (1990).
- Masyithah, , *et.al.*, Pembuatan Arang aktif dari Limbah Kulit Durian Sebagai Adsorben pada Minyak Goreng Bekas Untuk Menurunkan Kadar Asam Lemak Bebas Bilangan Peroksia. *Kimia Sains dan pendidikan*. Vol. 2, No. 2, (2018).
- Meiske, *et.al.*, Aktivasi Firikatalis Tio-Karbon Aktif Dan TiO_2 -Zeolit Pada Fotodegradasi Zat Warna Remazol Yellow, *MIPA UNSRAT ONLINE*. Vol. 4, No.2. (2015)


- Navela, *et.al.*, Sintesis Komposit TiO_2 -Bentonit dan Aplikasinya untuk Penurunan BOD dan COD Air Embung UNNES. *Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kimia*. vol. 2, no. 2 (2016):
- Nevi, *et.al.*, Fotokatalis TiO_2 -Zeolit Untuk Degradasi Melilin Biru. *Chem. Prog.* Vol. 7, No.1. (2014): 9.
- Nugroho, Indro Adi, Deposisi Lapisan Tipis Titania Dan Pembuatan Sistem Pengolahan Air Limbah Organik Menggunakan Material Fotokatalis Titania (TiO_2). *Skripsi*. (2011): 2.
- Nurfadillah., Kinetika Adsorpsi Tawas Sintesis Dari Kaleng Bekas Terhadap Rhodamin B. *Skripsi*. (2017).
- Novitri, *et.al.*, Tingkat Keasaman Dan Kebasaan Arang Aktif Bambu Mayan (Aabm) Terhadap Uap Jenuh HCl Dan NaOH. *Widyariset*. Vol. 1 No. 1, (2015): 43.
- Pamilia, *et.al.*, Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa Sebagai Bahan Baku Pembuatan Asam Oksalat Dengan Reaksi Oksidasi Asam Nitrat. *Teknik Kimia*, Vol. 15, No. 4 (2008): 36-37.
- putri, Anggraini, Pengelolaan Limbah Cair Industry Tekstil Batik Dengan Menggunakan Metode Fotokatalis TiO_2 -Karbon Aktif Tempurung Kelapa. *Skripsi*. (2011).
- Rahmawati, Zakiya, Deposisi Lapisan Tipis *Titanium Dioxide* (TiO_2) Di Atas Substrat Gelas Dengan Metode *Spray-Coating* Untuk Aplikasi Penjernihan Air Polder Tawang. *Skripsi*. (2008): 2-3).
- Rahman, Abdur., Adsorpsi Karbon Aktif Dari Tempurung Kluwak Terhadap Penurunan Fenol. *Skripsi*. (2014).
- Rizky, Istria pijar. "Aktivasi Arang Tongkol Jagung Menggunakan HCl sebagai Adsorben Ion Cd (II)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Selvaraju, N. Sequestration Of Dye From Textile Industry Wasterwater Using Agricultural Waster Products As Adsorbents. *Journal Of Environmental Chemical Engineering*. vo. 1, no. 2. hal. 629-641 (2013).
- Singgih, Hartanto dkk., Pembuatan Karbon Aktif Dari Tempurung Kelapa Sawit Dengan Metode ktivasi Kimia. *Sains Material Indonesia*. vol. 12, no. 1. hal. 12-13, (2010).
- Slamet, *et.al.*, Modifikasi Zeolit Alam Lampung Dengan Fotokatalis TiO_2 Melalui Metode Sol Gel dan Aplikasinya Untuk Penyisihan Fenol. *Teknik Kimia*, Vol. 13, No. 2 (2013): 2.
- Sucahya, *et.al.*, Fotokatalis Untuk Pengolahan Limbah Cair. *Integrasi Proses*. Vol. 6, No. 1, (2016): 1-2.

- Titi, Agustin, Sintesis Komposit TiO_2 -Karbon Aktif Untuk Fotokatalis Larutan Zat Warna *Direct Blue 19* Dan Ion Logam Pb^{2+} dan Cd^{2+} Secara Simultan. *Kimia Sains dan Aplikasi*. Vol. 16, No. 3, (2013): 103.
- Wirani Br P, Lulu Ika. “Aktivasi Karbon dari Sekam Padi dengan Aktivator Asam Klorida (HCl) dan pengaplikasiannya pada Limbah Pengolahan Baterai Mobil untuk Mengurangi Kadar Timbal (Pb)”. *Skrripsi*. Medan : Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Yessica, *et.al.*, Pemanfaatan Sabut Kelapa Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kertas Komposit Alternatif. *WIDYA TEKNIK* Vol. 9, No. 1, (2010): 12-13.
- Yuliani, *et.al.*, Sintesis Komposit TiO_2 /Karbon Aktif Berbasis Bambu Betung (*Dendrocalamus asper*) dengan Menggunakan Metode *Solid State Reaction*. *Fisika Unand* Vol. 5, No. 3, (2016): 268.
- Yustinah *et.al.*, adsorpsi minyak goreng bekas menggunakan arang aktif dari sabut kelapa, *Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia*. vo.; 3, no. 4 (2011).




LAMPIRAN

Lampiran I Skema Kerja Penelitian

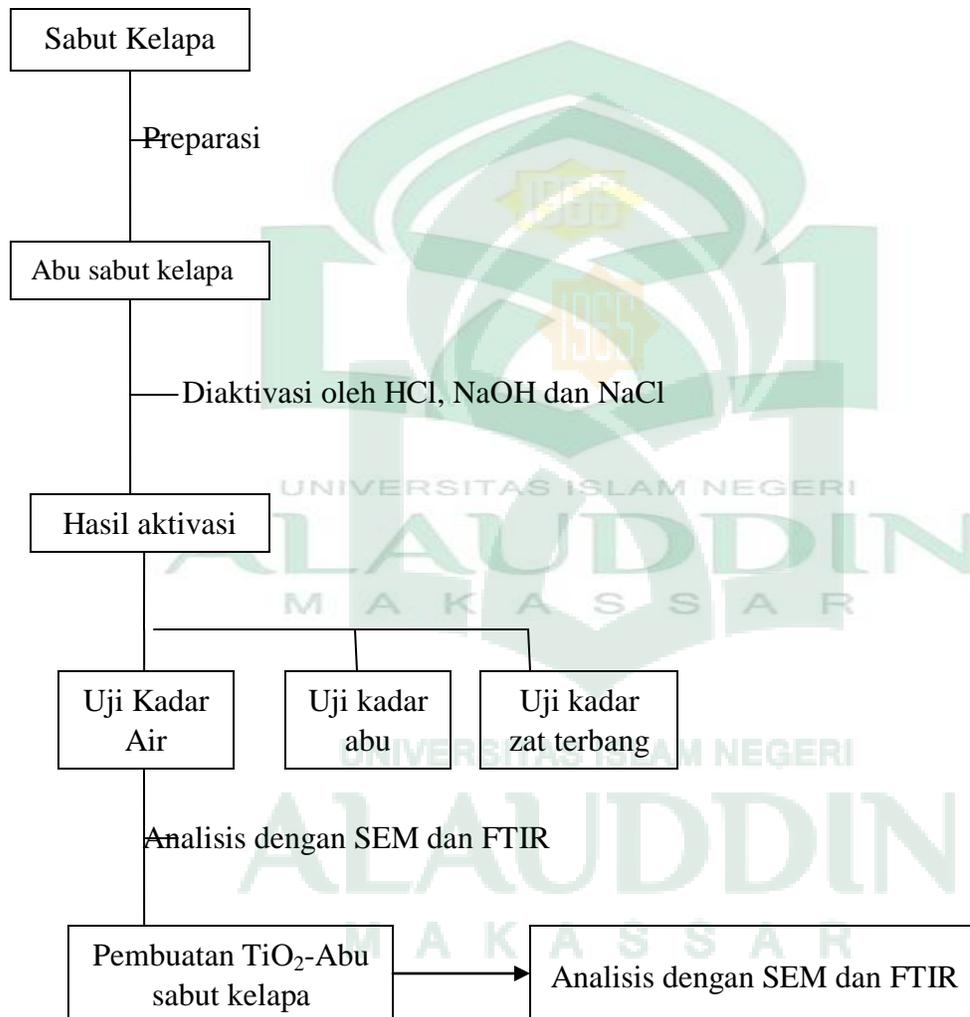


Lampiran II Bagan skema Kerja


1. Preparasi Sampel Sabut Kelapa (Abraham, dkk., 2015)

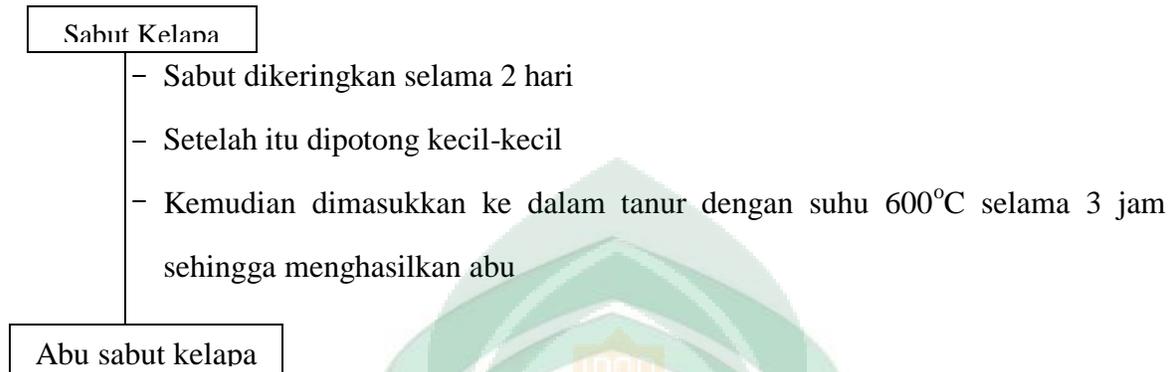


2. Penentuan Variasi Aktivator

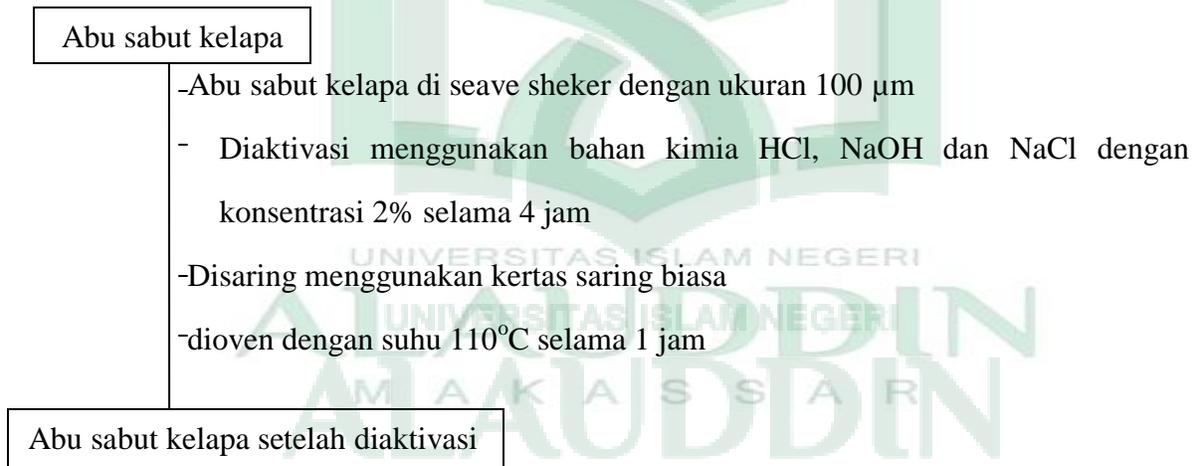

3. Penentuan Uji Kadar Air

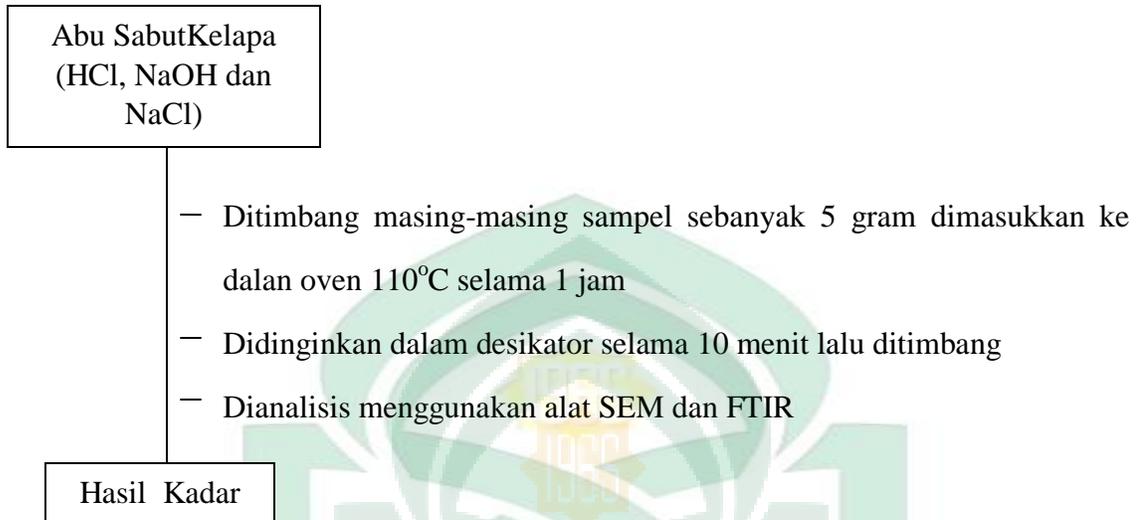

4. Penentuan Kadar Abu

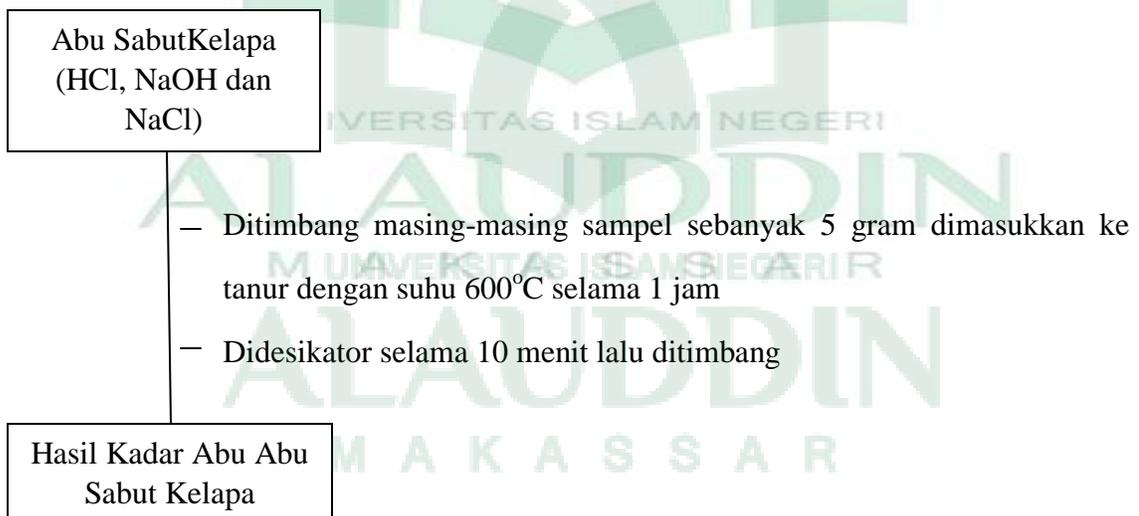

5. Penentuan Kadar Zat Terbang

Abu Sabut Kelapa
(HCl, NaOH dan
NaCl)

- Ditimbang masing-masing sampel sebanyak 5 gram dimasukkan ke tanur dengan suhu 600°C selama 1 jam
- Didesikator selama 10 menit lalu ditimbang

Hasil Kadar Zat
Terikat Abu Sabut

6. Pembuatan Katalis TiO_2 -Abu Sabut Kelapa

Abu sabut kelapa
diaktivasi NaOH

- Ditimbang 5 gram abu sabut kelapa dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mL
- Ditambahkan dengan aquades 50 mL kemudian di stirrer selama 15 menit
- Kemudian ditambahkan pipet 4 mL Ti-Isopropoksida dan 10 mL Isopropanol dan aquades 10 mL
- Di stirrer selama 15 menit kemudian ditambahkan dengan asam asetat glasial 1 mL
- Setelah itu distirrer selama 10 jam dan di oven selama 12 jam dengan suhu 110°C
- Dianalisis menggunakan SEM dan FTIR

Hasil SEM dan FTIR

LAMPIRAN III Standar Nasional Indonesia (SNI) Karbon Aktif

No.	Pengujian	SNI 06 – 3730 – 1995
1.	Kadar Air	15%
2.	Kadar Abu	10%
3.	Kadar Zat Terbang	25%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN IV Perhitungan Pembuatan Larutan**1. Larutan HCl (Asam Klorida) 2%**

$$\begin{aligned}\% &= \frac{g}{v} \times 100\% \\ 2\% &= \frac{v}{250 \text{ mL}} \times 100\% \\ &= 5 \text{ gram}\end{aligned}$$

2. Larutan NaCl (Natrium Klorida) 2%

$$\begin{aligned}\% &= \frac{g}{v} \times 100\% \\ 2\% &= \frac{g}{100 \text{ mL}} \times 100\% \\ &= 2 \text{ gram}\end{aligned}$$

3. Larutan NaOH (Natrium Hidroksil) 2%

$$\begin{aligned}\% &= \frac{g}{v} \times 100\% \\ 2\% &= \frac{g}{250 \text{ mL}} \times 100\% \\ &= 5 \text{ gram}\end{aligned}$$

Lampiran V Uji Kadar Air

1. Kadar Air Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan HCl 2%

Kadar Air =

$$\frac{\text{berat cawan+ sampelsebelum pemanasan}-\text{berat cawan+ sampel sesudah pemanasan}}{\text{berat sampel awal}} \times 100\%$$

Keterangan =

Berat cawan + sampel sebelum pemanasan = 31,5537 gram

Berat cawan + sampel sesudah pemanasan = 31,4923 gram

Berat sampel awal = 6,9535 gram

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4923 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$
 = $\frac{0,0615 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$
 = 0,8797%

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4839 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$
 = $\frac{0,0698 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$
 = 1,0000%

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4784 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$
 = $\frac{0,0753 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$
 = 1,0788%

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4691 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$
 = $\frac{0,0846 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$
 = 1,2121%

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4819 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$
 = $\frac{0,0718 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$
 = 1,0287%

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4794 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0743 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 1.0645\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4846 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0691 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,9900\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4886 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0651 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,9327\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4961 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0576 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,8252\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4894 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0643 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,9212\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4875 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0662 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,9484\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4823 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0714 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 1,0229\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4845 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0692 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,9914\%$$

- HCl 2% = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4874 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0663 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,9499\%$$

- HCl 2 % = $\frac{31,5537 \text{ g} - 31,4873 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0664 \text{ g}}{6,9535 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,9513\%$$

2. Kadar Air Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan NaOH 2%

Kadar Air =

$$\frac{\text{berat cawan+ sampel sebelum pemanasan} - \text{berat cawan + sampel setelah pemanasan}}{\text{berat sampel awal}} \times 100\%$$

Keterangan =

Berat cawan + sampel sebelum pemanasan = 32,2050 gram

Berat cawan + sampel sesudah pemanasan = 32,1575 gram

Berat sampel awal = 5,5435 gram

- NaOH 2% = $\frac{32,2050 \text{ g} - 32,1575 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0475 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,8568\%$$

- NaOH 2% = $\frac{32,2050 \text{ g} - 32,1595 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0455 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,8207\%$$

- NaOH 2% = $\frac{32,2050 \text{ g} - 32,1635 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0415 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,7486\%$$

- NaOH 2% = $\frac{32,2050 \text{ g} - 32,1611 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$

$$= \frac{0,0439 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\%$$

$$= 0,7919\%$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1637 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0415 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,7450\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1582 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0468 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,8442\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1657 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0393 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,7089\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1696 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0354 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,6385\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1792 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0258 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,4654\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1736 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0315 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,5664\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1836 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0214 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,3860\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1775 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0275 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,4960\% \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1815 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0235 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,4239\% \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1797 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0253 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,4563\% \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1829 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0221 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,3986\% \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1796 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0254 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,4581\% \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,2031 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0019 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,0342\% \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1922 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0128 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,2309\% \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1858 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0192 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,3463\% \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} \bullet \text{ NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1969 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0081 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,1461\% \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{NaOH } 2\% &= \frac{32,2050 \text{ g} - 32,1973 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0077 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,1389\% \end{aligned}$$

3. Kadar Air Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan NaCl 2%

Kadar Air =
$$\frac{\text{berat sampel sebelum pemanasan} - \text{berat sampel sesudah pemanasan}}{\text{berat sampel awal}} \times 100\%$$

Keterangan =

Berat cawan + sampel sebelum pemanasan = 33,6507 gram

Berat cawan + sampel sesudah pemanasan = 33,6027 gram

Berat sampel awal = 6,9488 gram

- $$\begin{aligned} \text{NaCl } 2\% &= \frac{33,6507 \text{ g} - 33,6026 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0484 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,6922\% \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{NaCl } 2\% &= \frac{33,6507 \text{ g} - 33,6042 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0481 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 0,6691\% \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{NaCl } 2\% &= \frac{33,6507 \text{ g} - 33,5605 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0902 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,2980\% \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{NaCl } 2\% &= \frac{33,6507 \text{ g} - 33,5614 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0893 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,2851\% \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} \text{NaCl } 2\% &= \frac{33,6507 \text{ g} - 33,5802 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0705 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 1,0145\%$$

- NaCl 2% = $\frac{33,6507 \text{ g} - 33,5733 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\%$
= $\frac{0,0774 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\%$

$$= 1,1138\%$$

- NaCl 2% = $\frac{33,6507 \text{ g} - 33,5811 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\%$
= $\frac{0,0696 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\%$

$$= 1,0016\%$$

- NaCl 2% = $\frac{33,6507 \text{ g} - 33,5810 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\%$
= $\frac{0,0697 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\%$

$$= 1,0030\%$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran VI Uji Kadar Abu

1. Kadar Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan HCl 2%

$$\% \text{ kadar abu} = \frac{\text{berat abu setelah pemanasan} - \text{berat cawan kosong}}{\text{berat awal}} \times 100\%$$

Keterangan =

Berat cawan + sampel setelah pemanasan	= 32,1475 gram
Berat cawan kosong	= 26,5403 gram
Beras cawan + sampel sebelum pemanasan	= 32,2050 gram
$= \frac{31,1475 - 26,5403}{31,5537} \times 100\%$	
= 14,7036%	

2. Kadar Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan NaOH 2%

$$\% \text{ kadar abu} = \frac{\text{berat abu} - \text{berat cawan kosong}}{\text{berat awal}} \times 100\%$$

Keterangan =

Berat cawan + sampel setelah pemanasan	= 28,3900 gram
Berat cawan kosong	= 26,5403 gram
Berat cawan + sampel sebelum pemanasan	= 31,5537 gram
$= \frac{28,3900 - 26,5403}{5,5435} \times 100\%$	
= 5,7435%	

3. Kadar Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan NaCl 2%

$$\% \text{ kadar abu} = \frac{\text{berat abu} - \text{berat cawan kosong}}{\text{berat awal}} \times 100\%$$

Keterangan =

Berat cawan + sampel setelah pemanasan	= 29,3689 gram
Berat cawan kosong	= 26,5403 gram
Beras cawan + sampel sebelum pemanasan	= 33,6507 gram

$$= \frac{29,3689 - 26,5403}{33,6507 \text{ g}} \times 100\%$$
$$= 8,4057\%$$



Lampiran VII Uji Kadar Zat Terbang

1. Kadar Zat Terbang Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan HCl 2%

$$\begin{aligned}\% \text{ kadar zat terikat} &= \frac{\text{berat sampel awal} - \text{berat sampel akhir}}{\text{berat sampel awal}} \times 100\% \\ &= \frac{31,5537 \text{ g} - 31,1475 \text{ g}}{6,9795 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,2873\%\end{aligned}$$

2. Kadar Zat Terbang Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan NaOH 2%

$$\begin{aligned}\% \text{ kadar zat terikat} &= \frac{\text{berat sampel awal} - \text{berat sampel akhir}}{\text{berat sampel awal}} \times 100\% \\ &= \frac{32,2050 \text{ g} - 28,3900 \text{ g}}{5,5435 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 11,8459\%\end{aligned}$$

3. Kadar Zat Terbang Abu Sabut Kelapa Diaktivasi Dengan NaCl 2%

$$\begin{aligned}\% \text{ kadar zat terikat} &= \frac{\text{berat sampel awal} - \text{berat sampel akhir}}{\text{berat sampel awal}} \times 100\% \\ &= \frac{33,6507 \text{ g} - 29,3689 \text{ g}}{6,9488 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 12,7242\%\end{aligned}$$

Lampiran VIII Dokumentasi Penelitian

1. Preparasi Sampel



pengambilan sabut kelapa dari cangkan



Sabut kelapa setelah dipreparasi




Abu sabut kelapa



Proses pengabuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Pembuatan Larutan NaOH 2%

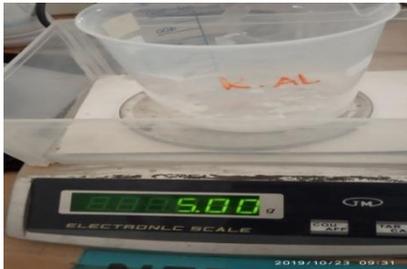

Menimbang NaOH



Pembuatan larutan NaOH



Larutan NaOH 2%

3. Pembuatan Larutan NaCl 2%



Menimbambang NaCl



Larutan NaCl 2%

4. Pembuatan Larutan HCl 2%



Pemipetan HCl



Pembuatan HCl 2%



Larutan HCl 2

5. Proses Aktivasi



Proses sieve shaker



Abu sabut Kelapa untuk NaOH



Abu sabut Kelapa untuk HCl



Abu sabut Kelapa untuk NaCl



proses aktivasi



MengovenMengoven




hasil aktivasi HCl



setelah dioven



hasil aktivasi NaCl



hasil aktivasi NaOH

6. Penentuan Kadar Air

a. Aktivasi NaOH 2%



aktivasi NaOH



mengoven



menimbang



desikator

b. Aktivasi NaCl 2%




aktivasi NaCl



mengoven



desikator



menimbang

c. Aktivasi HCl



aktivasi HCl



mengoven



menimbang



desikator

7. Penentuan Uji Kadar Abu

a. Aktivasi NaOH 2%



Menimbang



tanur



desikator



menimbang

b. Aktivasi NaCl



menimbang



tanur



desikator



menimbang

c. Aktivasi HCl



menimbang



tanur



desikator




menimbang

7. Penentuan Uji Kadar Zat Terbang


a. Aktivasi NaOH 2%



menimbang



tanur

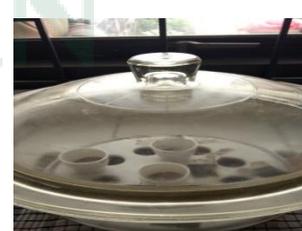

desikator





menimbang

b. Aktivasi NaCl 2%



menimbang



tanur



desikator



menimban

8. Pembuatan Fotokatalis TiO₂-Abu Sabut Kelapa



menimbang




Dimasukkan erlenmeyer



penambahan akuades



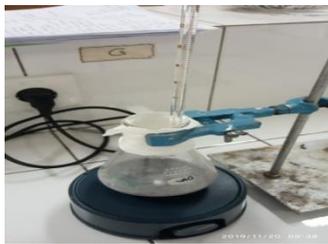

penambahan CH_2COOH



penambahan isopropanol



penambahan TI



proses stirrer



mengoven

BIOGRAFI



Penulis skripsi berjudul “**Sintesis Dan Karakterisasi Fotokatalis TiO_2 -Abu Sabut Kelapa (*Cocos Nucifera L.*)**” bernama lengkap Miftahul Jannah dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Waso pada tanggal 8 Agustus 1997 dalam keadaan sehat wal’afiat dengan didikan dan kasih sayang kedua orang tua yang membesarkan saya. Saya dibesarkan dalam keluarga

yang sederhana dari ayah yang bernama Arsyad Ahmad dan seorang ibu yang bernama Umirah. Saya anak ke-2 dari 4 bersaudara. Pada tahun 2003 saya menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Impres Maki Lamba Leda lanjut pada tahun 2009 di tingkat MTs di MTs Al-Hikmah Lamba Leda dan melanjutkan pendidikan bangku Madrasah Aliyah Negeri pada tahun 2012 di MAN Reok. Dan terakhir melanjutkan ditingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Di kota inilah saya mulai membuka lembaran baru di kota besar Makassar ini tanpa kedua orang tua namun saya percaya dengan kegigihan saya sekarang dalam menempuh pendidikan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Aamiin.....

