

**STUDI LITERATUR**

**PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMANFAATAN GELATIN  
MELALUI PENGIKATAN SILANG DENGAN POLIMER LAIN**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

**Dinda Nuralifiah**  
**70100117044**

**Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dinda Nuralifiah  
NIM : 70100117044  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 05 Agustus 2000  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Sipil No. 1 Tamangapa Raya  
Judul : Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Gelatin  
melalui Pengikatan Silang dengan Polimer Lain

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ia merupakan duplikasi, meniru, plagiasi, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Agustus 2021

Penyusun



Dinda Nuralifiah  
NIM : 70100117044

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berupa studi literatur berjudul *“Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Gelatin Melalui Pengikatan Silang dengan Polimer Lain”* yang disusun oleh Dinda Nuralifiah, NIM : 70100117044, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Jumat 20 Agustus 2021 M** yang bertepatan dengan **11 Muharram 1443 H** . dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 20 Agustus 2021 M**  
**11 Muharram 1443 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

NIP : 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Gelatin melalui Pengikatan Silang dengan Polimer Lain”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program S1 Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari ayahanda (Sudarmin) dan ibunda (Muspidah) yang telah memberikan dukungan baik moril, material, maupun spiritual serta pemberian kesempatan kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar.

8. Dr. H. M Fais Satrianegara, S.Km, MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin
11. apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin
12. apt. Isriany Ismail., S.Si., M.Si. Selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si. Selaku pembimbing II dan Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. apt. Surya Ningsi S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Prof Dr. Lomba Sultan, MA. selaku penguji agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. apt. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si. selaku Dosen Pendamping yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya penelitian ini.

17. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi, atas ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
18. Teman-teman mahasiswa Farmasi UIN Alauddin Makassar angkatan 2017 yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
19. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi kepentingan kesehatan pada khususnya dan dunia keilmuan pada umumnya.

Gowa, 20 Agustus 2021

Penulis



Dinda Nuralifiah  
NIM. 70100117044

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan .....	3
BAB II METODE.....	4
2.1 Strategi Pencarian Literatur.....	4
2.1.1 <i>Framework</i> .....	4
2.1.2 Kata Kunci .....	5
2.1.3 Database atau <i>Search Engine</i> .....	6
2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi dalam Seleksi Studi .....	6
2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas .....	6
2.3.1 Kata Kunci yang Digunakan.....	6
2.3.2 Daftar Hasi Pencarian Artikel.....	7
BAB III HASIL DAN ANALISIS .....	9
3.1 Hasil.....	9

3.2 Analisis .....	9
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Gelatin .....	25
4.1.1 Defenisi Gelatin.....	25
4.1.2 Sumber Gelatin .....	26
4.1.3 Struktur Gelatin.....	28
4.1.4 Kualitas Gelatin Komersial .....	29
4.2 Kualitas Gelatin .....	29
4.2.1 Karakteristik Gelatin Sesuai Sumber .....	29
4.2.2 Hambatan Penggunaan Gelatin Komersial.....	30
4.2.3 Upaya Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Sumber Gelatin	31
4.3 Pemanfaatan Gelatin .....	33
4.4 Defenisi Polimer .....	35
4.4.1 Jenis-Jenis dan Struktur Polimer.....	35
4.5 Tinjauan Islami.....	65
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
Daftar Pustaka .....	71
<b>LAMPIRAN PENELITIAN.....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT PENULIS .....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema kerja Penelitian.....	5
Gambar 2. Struktur gelatin .....	24
Gambar 3. Struktur Kitosan.....	62
Gambar 4. Struktur Selulosa.....	62
Gambar 5. Struktur Pati.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Framework Penelitian.....	4
Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi .....	6
Tabel 3. Hasil Penelusuran Literatur .....	6
Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi .....	7
Tabel 5. Hasil Analisis Artikel .....	9
Tabel 6. Polimer Berdasarkan Sumber .....	33
Tabel 7. Polimer Berdasarkan Struktur.....	34
Tabel 8. Polimer Berdasarkan Gaya Intermolekul .....	34
Tabel 9. Polimer Berdasarkan Monomer .....	35
Tabel 10. Metode dan Reaksi yang Terlibat .....	42
Tabel 11. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Polimer.....	48
Tabel 12. Pengaruh Metode Variabel Gelatin Polimer .....	60
Tabel 13. Metode dan Reaksi yang Terlibat .....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pencarian Jurnal pada <i>Database PubMed</i> .....	75
Lampiran 2. Hasil Pencarian Jurnal pada <i>Database Science direct</i> .....	76
Lampiran 3. Hasil Pencarian Jurnal pada <i>Database Google scholar</i> .....	77
Lampiran 4. Abstrak seluruh artikel yang diseleksi .....	79

## ABSTRAK

Nama : Dinda Nuralifiah  
Nim : 70100117044  
Judul Skripsi : Studi Literatur Peningkatan Kualitas Gelatin dan Pemanfaatan Gelatin Melalui Pengikatan Silang dengan Polimer Lain

---

Peningkatan kualitas gelatin dilakukan agar dapat menghasilkan produk yang optimum dan memiliki kualitas tinggi untuk digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai bidang. Telah dilakukan studi literatur secara sistematis tentang peningkatan kualitas dan pemanfaatan gelatin melalui pengikatan silang dengan polimer lain yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode peningkatan kualitas gelatin, jenis dan konsentrasi polimer terhadap kualitas persenyawaan gelatin yang terbentuk. Analisis literatur menggunakan metode PICO yaitu populasi (gelatin), intervensi (sumber gelatin, jenis polimer, konsentrasi polimer dalam reaksi pengikatan, metode pembuatan, dan parameter kualitas produk), *comparison* (perbedaan kualitas sebelum dan sesudah persenyawaan) dan *outcome* (metode peningkatan kualitas gelatin, jenis, konsentrasi senyawa dengan kualitas hasil terbaik). Penelusuran literatur menggunakan *search engine pubmed, google scholar dan science direct* dengan kata kunci *quality gelatin chitosan, Crosslinking gelatin cellulose, crosslinking gelatin with cellulose, crosslinking gelatin with starch, physical chemical properties gelatin* dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penelusuran literatur menghasilkan 34 artikel hasil inklusi dan sebanyak 24 dieksklusi sehingga terdapat 10 artikel yang dianalisis. Hasil menunjukkan bahwa pembentukan ikatan silang dilakukan dengan metode pencampuran yang dipengaruhi rasio gelatin dengan polimer CMC 1:1, DCMC 15:15, HPMC 4:4, gelatin dengan polimer kitosan 20:20, kitosan 0,03:0,03, Rasio lainnya Beberapa rasio pencampuran gelatin polimer tidak mengikuti pola rasio yang tetap, yaitu gelatin dengan CMC 80:20, pati 1,5:0,15, gelatin sapi dengan rasio 4:5, kitosan 8:1,6, kitosan dengan rasio 8:10, suhu yang digunakan adalah 25°C, 45°C, 50°C dan 70°C, pH yang digunakan adalah 4, 5,3 dan 5,5 dan 6 dan durasi pencampuran yang digunakan adalah 10 menit, 30 menit, 2 jam, 6 jam dan 48 jam dengan jenis polimer yang dapat terikat silang dengan gelatin dan meningkatkan kualitasnya sesuai arah pengembangannya yaitu untuk kemasan makanan dengan menggunakan polimer *cellulose* yang digunakan pada konsentrasi 0,14%, 4%, 13% dan 17%, polimer CMC 20%, polimer pati teroksidasi 5%, polimer HPMC 4%, polimer DCMC 1 g, polimer kitosan 0,03 g dan 1,6 g, untuk bioadsorben rhodamin B dan pewarna metil violet dalam air dengan menggunakan polimer kitosan dengan konsentrasi 0,03 g, untuk film yang dapat dimakan dengan polimer pati 10% dan 50%, dan untuk rekayasa jaringan dengan polimer CMC 1%.

Kata kunci : *quality gelatin chitosan, Crosslinking gelatin cellulose, crosslinking gelatin with cellulose, crosslinking gelatin with starch, physical chemical properties gelatin*

## ABSTRACT

Name : Dinda Nuralifiah  
Nim : 70100117044  
Research title : Studi Literatur Peningkatan Kualitas Gelatin dan Pemanfaatan Gelatin Melalui Pengikatan Silang dengan Polimer Lain

---

Improvement of gelatin quality is carried out in order to produce optimum and high quality products to be used as raw materials in various fields. A systematic literature study has been carried out on improving the quality and utilization of gelatin through cross-linking with other polymers, which aims to determine the effect of the method of improving the quality of gelatin, the type and concentration of the polymer on the quality of the gelatin compounds formed. Literature analysis using the PICO method, namely population (gelatin), intervention (source of gelatin, type of polymer, polymer concentration in the binding reaction, manufacturing method, and product quality parameters), comparison (difference in quality before and after compounding) and outcome (method of improving gelatin quality). , type, concentration of compounds with the best yield quality). Literature search using search engine pubmed, google scholar and science direct with the keywords quality gelatin chitosan, crosslinking gelatin cellulose, crosslinking gelatin with cellulose, crosslinking gelatin with starch, physical chemical properties of gelatin with inclusion and exclusion criteria. The literature search resulted in 34 inclusion articles and 24 excluded so that there were 10 articles analyzed. The results showed that the formation of crosslinks was carried out by a mixing method that was influenced by the ratio of gelatin to polymer CMC 1:1, DCMC 15:15, HPMC 4:4, gelatin with chitosan polymer 20:20, chitosan 0.03:0.03, Other ratios Some mixing ratios of polymer gelatin did not follow a fixed ratio pattern, namely gelatin with CMC 80:20, starch 1,5:0,15, beef gelatin with a ratio of 4:5, chitosan 8:1,6, chitosan with a ratio of 8:10 , the temperatures used were 25°C, 45°C, 50°C and 70°C, the pH used was 4, 5.3 and 5.5 and 6 and the mixing duration used was 10 minutes, 30 minutes, 2 hours. , 6 hours and 48 hours with the type of polymer that can be crosslinked with gelatin and improve its quality according to the direction of development, namely for food packaging using cellulose polymer used at concentrations of 0.14%, 4%, 13% and 17%, polymer CMC 20 %, 5% oxidized starch polymer, 4% HPMC polymer, 1 g DCMC polymer, 0.03 g and 1.6 g chitosan polymer, for bioadsorbent rhodamine B and methyl violet dye in water using a chitosan polymer with a concentration of 0.03 g, for edible films with 10% and 50% starch polymers, and for tissue engineering with 1% CMC polymers.

*Keyword : quality gelatin chitosan, Crosslinking gelatin cellulose, crosslinking gelatin with cellulose, crosslinking gelatin with starch, physical chemical properties gelatin*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gelatin adalah protein yang dihasilkan oleh hidrolisis parsial kolagen. Ada beberapa cara untuk mendapatkan gelatin mulai dari yang halal seperti kulit dan tulang sapi, dan sisik ikan, hingga yang dilarang agama seperti dari kulit dan tulang babi, (Fakhreddin et al., 2013). Permintaan gelatin meningkat, pada tahun 2011 pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengimpor gelatin sebanyak 596.933 kg gelatin dengan nilai transaksi \$1.721.000, pada tahun 2012 gelatin mengalami peningkatan pesat hingga mencapai 1.094.195 kg dengan nilai transaksi 2.787.405 USD dan tahun 2013 sebanyak, 2.115.741 kg dengan nilai transaksi 8.655.339 USD (Said et al., 2011).

Gelatin komersial adalah salah satu produk turunan protein yang paling umum, seringkali gelatin yang beredar di pasaran biasanya tidak memiliki label pada kemasan, sehingga informasi karakteristik gelatin komersial yang jelas tidak tersedia (Irvan et al., 2019). Secara umum, terdapat kekhawatiran karena perolehan gelatin dari kulit dan tulang babi diharamkan bagi agama Islam dan Yahudi, sedangkan gelatin dari kulit sapi tidak dikonsumsi bagi agama Hindu. Gelatin yang berasal dari ikan dapat menjadi alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Selain faktor agama, gelatin yang dibuat dari bahan tersebut juga dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit sapi gila atau BSE (*Bovine Spongiform Encephalopathy*) dan PMK (penyakit mulut dan kuku) dan dapat menimbulkan alergi pada sebagian orang yang mengkonsumsi produk dari babi maupun sapi (Ridhay & Hardi, 2018).

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat gelatin dari sumber yang halal. Sumber bahan baku gelatin yang belum banyak dikembangkan



adalah hasil ternak unggas seperti pembuatan gelatin dari kulit ayam dan terdapat juga sumber bahan baku gelatin dari ikan yang menjadi alternatif lain selain dari sapi dan babi (Gumilar et,al. 2018).

Kualitas gelatin ikan memiliki kualitas yang lebih rendah dari gelatin komersial hal ini dikarenakan kandungan glisin dan prolin pada gelatin ikan lebih rendah dari gelatin komersial. Glisin dan prolin adalah dua asam amino utama yang menjadi bagian dari total kandungan asam amino, kandungan asam amino glisin dan hidrosiprolin yang rendah pada ikan dapat mengakibatkan rendahnya titik leleh gelatin (Astawan et,al. 2013). Kandungan asam amino (prolin dan glisin) yang tinggi dapat meningkatkan sifat reologi gelatin karena asam amino penting dalam menjaga stabilitas struktur triple helix kolagen (Tong et,al. 2013).

Kualitas gelatin dipengaruhi oleh karakteristik sifat fisika dan kimianya, selain itu sifat fungsional gelatin juga merupakan parameter yang penting. Parameter-parameter fungsional ini adalah kekuatan gel (*gel strength*) adalah parameter utama dan sangat berpengaruh terhadap harga gelatin yang dipasarkan, kekentalan (*viscosity*) yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan stabilitas yang baik dalam gelatin, dan nilai pH gelatin memiliki pengaruh pada pembentukan gel dan interaksinya dengan bahan lain, kandungan air dipengaruhi oleh udara di sekelilingnya jika kandungan air melewati *range* maka gelatin akan ditumbuhi mikroorganisme dan resiko terbentuknya bekuan semakin tinggi (Rz et al., 2017). Selain itu dengan adanya kandungan protein yang tinggi akan menunjukkan kualitas gelatin yang baik, kandungan protein gelatin ikan sebesar 88,38 % sedangkan kandungan protein gelatin komersial sebesar 85,68% (GMIA, 2019).

Adapun hasil penelitian dari (Erizal et, al. 2013) tentang peningkatan kualitas gelatin yaitu dengan menggunakan campuran larutan gelatin dengan kitosan, film G-Ks dibuat dengan menggunakan iradiasi gamma dapat



meningkatkan kualitas gelatin dari segi sifat mekaniknya. Hasil penelitian dari (Amiruddin et, al. 2017) menggunakan gelatin dari ayam dan metode penautan silang dengan *Carboxy methyl cellulose* (CMC) dapat meningkatkan nilai kekentalan gelatin kulit dan tulang kaki ayam. (Liu et, al. 2020) menggunakan gelatin dengan metode penautan silang dengan kitosan dapat meningkatkan kualitas gelatin dari segi stabilitas termal dan viskositas dari gelatin.

Berdasarkan hal tersebut tergambar bahwa beberapa polimer digunakan untuk memperbaiki kualitas gelatin dari berbagai sumber gelatin. Oleh karena itu dilakukan studi literatur untuk mengetahui pengaruh metode, jenis dan konsentrasi polimer terhadap kualitas persenyawaan yang terbentuk sehingga kualitas gelatin dapat meningkat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh metode pengikatan silang pada peningkatan kualitas gelatin, jenis dan konsentrasi polimer terhadap kualitas persenyawaan gelatin yang terbentuk?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan studi literatur ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode pengikatan silang pada kualitas gelatin, jenis dan konsentrasi polimer terhadap kualitas persenyawaan gelatin yang terbentuk

## BAB II METODE

### 2.1 *Strategi Pencarian Literatur*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Metode studi literatur merupakan rangkaian penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan, penapisan, pembacaan, ekstraksi dan analisis data pustaka serta kajian antar kepustakaan yang diolah dalam proses penelitian.


#### 2.1.1 *Framework*

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (*Population, Interventions, Comparison dan Outcome*).

Tabel 1. *Framework* penelitian

<b>P</b>	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>O</b>
<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparison</i>	<i>Outcome</i>
Gelatin	Sumber gelatin; Jenis polimer; konsentrasi polimer dalam reaksi pengikatan; metode pembuatan; parameter kualitas produk	Perbedaan kualitas sebelum dan sesudah persenyawaan	Metode peningkatan kualitas gelatin, jenis, konsentrasi senyawa dengan kualitas hasil terbaik

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut:

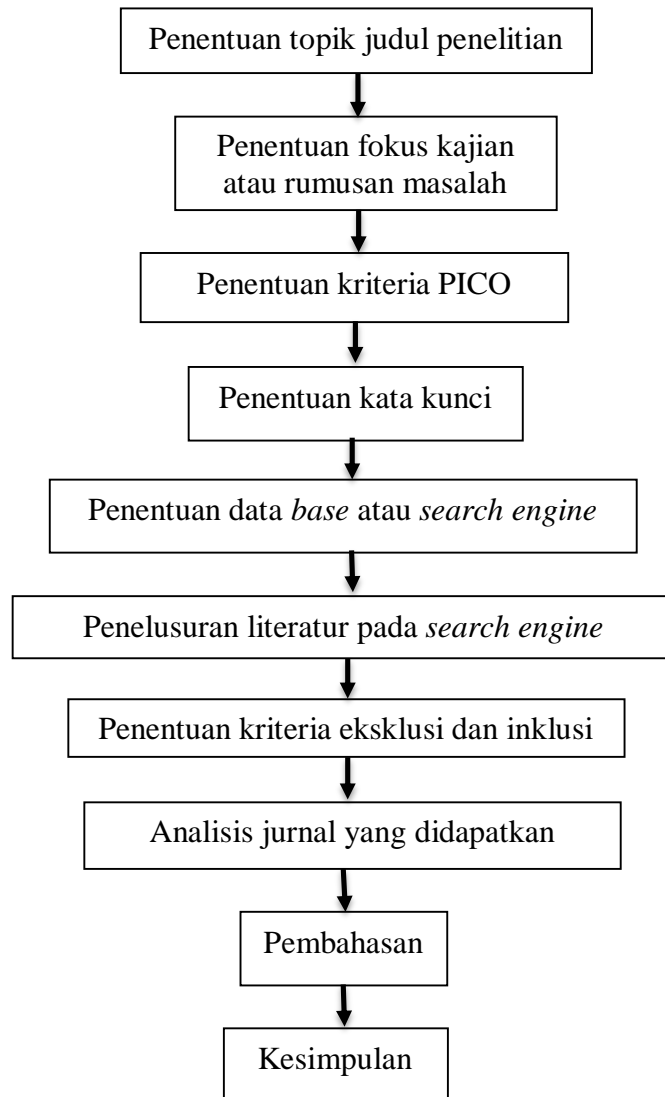

Gambar 1. Skema kerja penelitian

### 2.1.2 Kata Kunci

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu *Crosslinking gelatin cellulose, crosslinking gelatin starch, physical chemical properties gelatin, quality gelatin chitosan*.

### 2.1.3 Database atau search engine

*Search engine* yang digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu *PubMed*, *Science Direct*, dan *Google Scholar*.

### 2.2 Kriteria Inklusi dan eksklusi dalam seleksi studi

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2011-2021 ) 2. Berbahasa inggris 3. Subjek penelitian yaitu persenyawaan gelatin dengan polimer 4. Tipe jurnal termasuk <i>original research article</i> 5. Kriteria jurnal memiliki <i>International Serial Number (ISSN)</i> atau <i>Digital Object Identifier (DOI)</i> 6. Ketersediaan naskah <i>full text</i>	1. Metode yang disajikan tidak jelas 2. Duplikasi jurnal

### 2.3 Seleksi studi dan penilaian kualitas

#### 2.3.1 Kata kunci yang digunakan

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Hasil penelusuran literatur

Search engine	Kata kunci	Jumlah Artikel		
		Inklusi	Eksklusi	Akhir
Pubmed	<i>Quality gelatin chitosan</i>	3	1	2
	<i>Physical chemical properties gelatin cellulose</i>	2	2	0
	<i>Crosslinking gelatin cellulose</i>	6	4	2
	<i>Crosslinking gelatin starch</i>	4	3	1
Science direct	<i>Quality gelatin chitosan</i>	2	0	2
	<i>Physical chemical properties gelatin cellulose</i>	2	1	1

	<i>Crosslinking gelatin cellulose</i>	3	3	0
	<i>Crosslinking gelatin starch</i>	2	1	1
Google scholar	<i>Quality gelatin chitosan</i>	2	2	0
	<i>Physical chemical properties gelatin cellulose</i>	2	2	0
	<i>Crosslinking gelatin cellulose</i>	3	2	1
	<i>Crosslinking gelatin starch</i>	3	3	0
Total jurnal yang akan dianalisis dan dibahas				10

### 2.3.2 Daftar Hasil Pencarian Artikel

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi dibawah ini yang memuat judul, penulis, dan tahun, nomor DOI/ISSN dan kriteria jurnal :

Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi

No	Judul	Peneliti dan Tahun	ISSN/DOI	Kriteria Jurnal
1	<i>Improving the mechanical and thermal properties of gelatin hydrogels cross-linked by cellulose nanowishker</i>	(Dash et al., 2013)	<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.08.08">http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.08.08</a>	Q1
2	<i>Effect of xanthan gum on the physical and mechanical properties of gelatin-carboxymethyl cellulose film blends</i>	(Nur Hazirah et al., 2016)	<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2016.05.008">http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2016.05.008</a>	Q1
3	<i>TGF-1 presenting enzymatically cross-linked injectable hydrogels for improved chondrogenesis</i>	(Arora et al., 2017)	<a href="https://doi.org/10.1016/j.colsurf.2017.08.035">https://doi.org/10.1016/j.colsurf.2017.08.035</a>	Q1
4	<i>Performance of high amylose starch-composited gelatin films influenced by gelatinization and concentration</i>	(W. Wang et al., 2017)	<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbio.2016.10.014">http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbio.2016.10.014</a>	Q1
5	<i>Alginate/gelatin blended hydrogel fibers crosslinked by Ca<sup>2+</sup> and oxidized starch: preparation and properties</i>	(Q. Q. Wang et al., 2019)	<a href="https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.02.091">https://doi.org/10.1016/j.msec.2019.02.091</a>	Q1

6	<i>Physicochemical properties of gelatin films containing tea polyphenolloaded chitosan nanoparticles generated by electrospray</i>	(Y. Wang et al., 2020)	<a href="https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108277">https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108277</a>	Q1
7	<i>Hydroxypropylmethylcellulose TiO<sub>2</sub> nanocomposite films; Physicochemical and structural properties</i>	(Fonseca et al., 2020)	<a href="https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.11.082">https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.11.082</a>	Q1
8	<i>A hydrogel based on dialdehyde carboxymethyl cellulose–gelatin and its utilization as a bio adsorbent</i>	(Sethi et al., 2020)	<a href="https://doi.org/10.1007/s12039-019-1700-z">https://doi.org/10.1007/s12039-019-1700-z</a>	Q2
9	<i>Preparation and characterization of gelatin/chitosan/ 3-phenylacetic acid food-packaging nanofiber antibacterial films by electrospinning</i>	(Y. Liu et al., 2021)	<a href="https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.12.046">https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.12.046</a>	Q1
10.	<i>Fabrication of double crosslinked chitosan/gelatin membranes with Na<sup>+</sup> and pH dual-responsive controlled permeability</i>	(J. Liu et al., 2021)	<a href="https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.115963">https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.115963</a>	Q1

## BAB III

### HASIL DAN ANALISIS

#### 3.1 Hasil

Pustaka yang diinklusi dari *Search engine PubMed* sebanyak 15 artikel, dieksklusi sebanyak 10 artikel, dari *Search engine Science direct* sebanyak 9 artikel dan dieksklusi sebanyak 5 artikel, dari *Search engine Google scholar* sebanyak 10 artikel dan dieksklusi sebanyak 7 artikel. Pustaka berupa artikel asli hasil penelitian yang dianalisis adalah sebanyak 10 artikel.

#### 3.2 Analisis

Hasil analisis artikel disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Artikel

No	Judul dan Penulis	Population	Intervention	Comparison	Outcome
1	<i>Improving the mechanical and thermal properties of gelatin hydrogels cross-linked by cellulose nanowishkers</i>  (Dash et al., 2013)	Gelatin	<b>Sumber gelatin:</b> Gelatin komersial  <b>Konsentrasi:</b> 10 %  <b>jenis polimer :</b> <i>nanowishker cellulose</i>  <b>Konsentrasi:</b> 0,14%, 4%,13% 17%  <b>Metode pembuatan nanowishker cellulose</b> suspensi nanowhisker dihangatkan hingga 40°C dan ditambahkan	Gelatin-selulosa tautan silang tingkat rendah (0,14%) menunjukkan perilaku termal yang sama seperti gel yang dibuat dari gelatin, sedangkan untuk sampel ikatan silang 4 dan 13%, modulus elastisitas nilainya tetap lebih tinggi dari	Dengan menggunakan metode ikatan silang gelatin- <i>naniwishker cellulose</i> dengan konsentrasi gelatin 10% dan <i>naniwishker cellulose</i> 0,14%, 4%,13% 17% dapat menunjukkan peningkatan tingkat ikatan silang sebesar 150% ketahanan gelatin terhadap

			<p>perlahan untuk larutan gelatin dan dicampur selama 20 menit di bawah pengadukan konstan. Campuran gelatin dituangkan ke dalam cetakan teflon pada suhu kamar dan setelah dikeringkan selama 24 jam pada suhu kamar gel tersebut disimpan pada suhu 40°C selama 10 hari. Gelatin dilubangi menjadi sampel dari Diameter 14 mm dan tebal 2 mm untuk karakterisasi lebih lanjut. Prosedur yang sama diikuti untuk menyiapkan gel ikatan silang dengan empat tingkat yang berbeda dari nanowhiskers teroksidasi.</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> peningkatan tingkat ikatan</p>	<p>sampel gelatin bahkan di atas titik leleh titik gelatin dan mereka menjadi stabil sampai 45°C, Sampel dengan 17% derajat <i>cross-linking</i> ditemukan stabil sampai 50°C dengan modulus penyimpanan yang tinggi karena adanya lebih banyak ikatan kimia dihasilkan dari tingkat yang lebih tinggi dari <i>cross-linking</i>.</p>	<p>degradasi termal tidak terdegradasi sampai 50°C</p>
--	--	--	---	---	--



			silang, ketahanan gelatin terhadap degradasi termal.		
2	<i>Effect of xanthan gum on the physical and mechanical properties of gelatin-carboxymethyl cellulose film blends</i>  (Nur Hazirah et al., 2016)	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> Sapi</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 80% b/b</p> <p><b>jenis polimer:</b> <i>carboxymethylcellulosa</i></p> <p><b>Konsentrasi:</b> 20% b/b</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> Tiga larutan terpisah (Gelatin-carboxymethyl cellulose-xanthan gum) dicampur, lalu dicampur bersama dengan gliserol (30%, b/b). Mekanisme pencampuran ditunjukkan pada. Campuran terus diaduk 50°C selama 20 menit untuk gelatinisasi. Kirakira masing-masing 25 ml larutan pembentuk</p>	Setelah dilakukan persenyawaan film gelatin-carboxymethylcellulose menghasilkan kualitas dengan ketebalan film mencapai 0,09 mm, kelembaban 21,97%, permeabilitas uap air 24,40 g/ m <sup>2</sup> , kekuatan tarik 7,84 Mpa.	Dengan menggunakan metode ikatan silang dan jenis polimer gelatin dan <i>carboxymethylcellulose</i> dengan konsentrasi gelatin 80% b/b dan <i>carboxymethylcellulosa</i> 20% b/b menghasilkan kualitas terbaik yang dapat meningkatkan kualitas gelatin dari segi ketebalan film, permeabilitas uap air, kelembaban dan kekuatan tarik yang baik.

			<p>film dituang pada cawan Petri dan dikeringkan dengan oven 45°C selama 48 jam.</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> Ketebalan film, kelembaban, permeabilitas uap air dan kekuatan tarik</p>		
3	<p><i>Performance of high amylose starch-composited gelatin films influenced by gelatinization and concentration</i></p> <p>(W. Wang et al., 2017)</p>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> Sapi</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 1,5 g</p> <p><b>Jenis polimer:</b> pati amilum (<i>starch</i>)</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 10% dan 50%</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> larutan stok gelatin dicampur dengan 20 ml dari setiap larutan pati gelatin atau dispersi untuk membentuk sebanyak 30 ml setiap campuran. Campuran diaduk</p>	<p>Setelah dilakukan persenyawaan dengan konsentrasi 10% gelatin-pati, menghasilkan nilai kelembaban 94 % dan konsentrasi 50 % menghasilkan nilai kelembaban 135%, kekuatan tarik gelatin-pati dengan konsentrasi 10% menghasilkan nilai 50,73 Mpa dan konsentrasi 50% menghasilkan</p>	<p>Dengan menggunakan metode taut silang pati dan gelatin dengan konsentrasi gelatin 1,5 g dan pati dengan konsentrasi 10% dan 50% menghasilkan kualitas gelatin yang baik dari segi tingkat kelembaban dan kekuatan tariknya.</p>

			<p>selama 2 menit dan dengan cepat masing-masing dilemparkan ke poly- 11 cm x 11 cm yang telah diratakan sebelumnya.</p> <p>pelat akrilik dan ditiup dengan lembut di udara selama 5 jam pada suhu 25°C.</p> <p>Film yang dikeringkan dikupas dari piring dan dikondisikan dalam desikator di 25°C, kelembaban relatif (RH) 52% selama 48 jam.</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> Kelembaban, dan kekuatan tarik.</p>	<p>an nilai kekuatan tarik 66,61 Mpa.</p>	
4	<i>Alginate/gelatin blended hydrogel fibers cross-linked by Ca<sup>2+</sup> and oxidized starch: Preparation and properties</i>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> Babi</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 4%</p> <p><b>Jenis polimer:</b> pati amilum (starch)</p>	<p>Kekuatan tarik 1,29 Mpa kelembaban 1,67%</p>	<p>Dengan menggunakan metode ikatan silang gelatin-pati dengan konsentrasi gelatin 4% dan pati 5% meningkatkan kualitas</p>

	<p>(Q. Q. Wang et al., 2019)</p>		<p><b>konsentrasi:</b> 5% pati teroksidasi;</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> dengan cara Serangkaian larutan encer natrium alginat/gelatin 4% berat disiapkan dalam gelas kimia dengan pengaduk kuat selama 4 jam pada suhu kamar, dan rasio massa natrium alginat terhadap gelatin disimpan pada 10:5, 10:4, 10:3, 10:2 dan 10:1, masing-masing. Pati teroksidasi ditambahkan pada suhu kamar setelah natrium alginat dan gelatin benar-benar terlarut, dan jumlah aditif pati teroksidasi adalah 5% berat agar-agar. Kemudian larutan tersebut ditambahkan ke tangki pemintal dan dihilangkan gasnya dalam kondisi vakum selama 12 jam.</p>	<p>gelatin dari segi Kekuatan tarik dan kelembaban film.</p>
--	----------------------------------	--	--	--

			<p>Setelah itu, larutan diekstrusi (rasio ekstrusi adalah 18 m/menit) pada suhu kamar dari pemintal 900 lubang (diameter 70 m) ke dalam bak koagulasi yang berisi larutan encer kalsium klorida 5% berat. Serat yang diperoleh dicuci dan diregangkan (rasio peregangan adalah 15%) dalam etanol dan kemudian dikeringkan dengan udara untuk menghasilkan serat hidrogel campuran alginat/gelatin.</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> Kekuatan tarik dan kelembaban film</p>		
5	<i>Hydroxypropylmethylcellulose-TiO<sub>2</sub> and gelatin-TiO<sub>2</sub> nanocomposite films: Physicoche</i>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> sapi</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 4 g</p> <p><b>jenis polimer</b> HPMC</p>	<p>Setelah Dilakukan persenyawaan dihasilkan nilai Kelembaban 13,87%, kelarutan</p>	<p>Dengan menggunakan metode taut silang gelatin-<i>Hydroxypropyl methylcellulose</i> dengan konsentrasi</p>

	<p><i>mical and structural properties</i></p> <p><i>(Fonseca et al., 2020)</i></p>		<p><i>(Hydroxypropyl methylcellulose)</i></p> <p><b>Konsentrasi:</b> 4%</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> dengan cara HPMC (4 g) dilarutkan dalam larutan asam asetat (70 g, 0,087 M) di bawah pengadukan magnet (1000 rpm) selama 30 menit. Secara terpisah, dihomogenisasi dalam penangas ultra sonic Larutan HPMC (pH 3,2) adalah dipanaskan pada 70°C dan gliserol ditambahkan (25% berat, terkait dengan HPMC) sebagai plasticizer. Larutan polimer dipanaskan secara bertahap pada 85°C dan didinginkan hingga 50°C untuk kadar air dan kelarutan Satu bagian setiap film rata mendekati 0 dengan berat</p>	<p>50,38 stabilitas termal 51,7°C permeabilitas uap air 0,40%</p>	<p>gelatin 4% dan <i>Hydroxypropyl methylcellulose</i> 4% menghasilkan kualitas gelatin dari segi Kelembaban, kelarutan, stabilitas termal dan permeabilitas uap air</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>rata-,54 g pada lemari pengering dalam a suhu 105°C oven dalam 24 jam dan di dinginkan dalam desikator di atas silika gel berbobot. disimpan dalam oven (105°C / 24 jam), masing-masing. Kelarutan film dalam air diperoleh dengan perbedaan berat antara spesimen film (diameter 2 cm) setelah disimpan dalam desikator di atas silika gel selama 48 jam dan perendaman ke dalam air (50 mL) di bawah diaduk sedikit selama 24 jam pada suhu 25°C diikuti dengan pengeringan dalam oven pada suhu 105°C selama 24 jam.</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> Kelembaban, kelarutan, stabilitas termal dan permeabilitas</p>	
--	--	--	--	--

			uap air		
6	<p><i>Physicochemical properties of gelatin films containing tea polyphenol loaded chitosan nanoparticles generated by electrospray</i></p> <p>(Y. Wang et al., 2020)</p>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> Gelatin komersial</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 8% b/v</p> <p><b>Jenis polimer:</b> Kitosan</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 10%, 20%, 30%, 40% b/v</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> Gelatin Film komposit kitosan-<i>polyphenol tea</i> disiapkan oleh pengecoran pelarut metode. 35 ml larutan dituangkan di atas piring kaca (10 cm 10 cm) dan dikeringkan pada 25°C selama 36 jam, dan kemudian film dikeluarkan dari pelat kaca dan dikondisikan pada 25°C dan 53% kelembaban relatif (RH) selama 48 jam sebelum menjalankan tes lebih lanjut. nanopartikel kitosan-<i>polyphenol tea</i> yang berbeda dan gelatin diberi label</p>	<p>Setelah dilakukan persenyawaan nilai yang didapatkan dari beberapa variasi konsentrasi yaitu gelatin-kitosan 10% menghasilkan nilai kelembaban 1,38%, kekuatan tarik 24,8 Mpa, dan permeabilitas uap air 6,67, pada konsentrasi 20% nilai yang dihasilkan pada kelembaban 1,39% kekuatan tarik 26,6 Mpa, permeabilitas uap air 5,84, pada konsentrasi 30% kelembaban yang dihasilkan 1,40, kekuatan tarik 31,5 dan</p>	<p>Dengan menggunakan metode ikatan silang dengan konsentrasi gelatin 8% dan kitosan dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40% b/v meningkatkan gelatin dari segi kelembaban, kekuatan tarik dan permeabilitas uap air</p>




			<p>sebagai gelatin-kitosan-<i>polyphenol tea</i> 10%, gelatin-kitosan-<i>polyphenol tea</i> 20%, gelatin-kitosan-<i>polyphenol tea</i> 30% dan gelatin-kitosan-<i>polyphenol tea</i> 40%, masing-masing.</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> Kelembaban, kekuatan tarik, dan permeabilitas uap air.</p>	<p>permeabilitas uap air 4,67%, pada konsentrasi 40% kelembaban 1,42, kekuatan tarik 29,7 dan permeabilitas 6,12</p>	
7	<p><i>A hydrogel based on dialdehyde carboxymethyl cellulose –gelatin and its utilization as a bio adsorbent</i> (Sethi et al., 2020)</p>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> Sapi</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 1 g dalam 15 ml air</p> <p><b>Jenis polimer:</b> cellulose</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 1 g dalam 15 ml air</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> Larutan gelatin (1 g dalam 15 mL air) dilakukan secara perlahan ditambahkan ke dalam suspensi DCMC (<i>dialdehid</i></p>	<p>Pembengkakan mencapai 98,64% dan stabilitas termal mencapai 210°C</p>	<p>Dengan menggunakan metode ikatan silang gelatin 1g dan cellulose 1g menghasilkan kualitas gelatin dari segi stabilitas termal dan pembengkakan</p>

			<p><i>carboxymethyl cellulose</i>) (15 mL, 1 g). Campurannya diperoleh disonikasi untuk menghilangkan gelembung udara dan disimpan pada 40°C dengan pengadukan lambat selama 2 jam. Itu disintesis hidrogel dicuci dengan air lalu dikeringkan di udara panas oven pada suhu 50°C untuk mendapatkan berat konstan. Itu disintesis hidrogel diberi label sebagai (<i>dialdehid carboxymethyl cellulose</i>)</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> Pembengkakan dan stabilitas termal</p>		
8	<i>TGF-1 presenting enzymatically cross-linked injectable hydrogels for improved</i>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> gelatin komersial</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 1%</p> <p><b>jenis polimer:</b></p>	<p>sitokompatibilitas tinggi dan sifat mekanik yang baik.</p>	<p>Dengan adanya metode, taut silang gelatin jenis polimer cellulose yang digunakan dapat</p>

	<p><i>chondrogenesis</i></p> <p>(Arora et al., 2017)</p>		<p>CMC (<i>Carboxymethyl cellulose</i>)</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 1%</p> <p><b>konsentrasi polimer hydrogel <i>Carboxymethyl cellulose</i>/Gelatin masing-masing 1%, dan 1%; metode pembuatannya dengan cara silang enzimatik, 5 unit / ml HRP ditambahkan ke larutan polimer diikuti dengan pencampuran terus menerus dan penambahan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> di akhir konsentrasi 1 mM dan 2 mM.</b></p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> sitokompatibilitas tinggi dan sifat mekanik yang baik.</p>		<p>meningkatkan kualitas gelatin Hidrogel ini berdemonstrasi dengan sangat baik sitokompatibilitas tinggi dan sifat mekanik yang baik.</p>
9	<p><i>Preparation and characterization of gelatin/chitosan/ 3-phenylacetic acid food-packaging</i></p>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> Gelatin komersial</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 8% b/v</p> <p><b>Jenis polimer:</b></p>	<p>metode ikatan silang gelatin kitosan terbaik dengan meningkatkan sifat</p>	<p>Dengan menggunakan metode ikatan silang dengan jenis polimer gelatin 8% dan kitosan 1,6 g</p>

	<p><i>nanofiber antibacterial films by electrospinning</i></p> <p>(Liu et al., 2020)</p>		<p>kitosan</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 1,6 g</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> kitosan ditambahkan ke larutan gelatin dan diaduk secara magnetis selama 2 jam. Kemudian, ditambahkan ke larutan gelatin / kitosan di atas dan selanjutnya secara magnetis diaduk selama 24 jam.</p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> Stabilitas termal, kelembaban, kelarutan, dan kadar air.</p>	<p>stabilitas termal, Kelembaban konten film adalah 18,73%, dan kelarutan film air adalah 25,72%. Karena konsentrasi semakin meningkat kandungan air dari film meningkat dari 8,14% menjadi 27,01%. Kelarutan air film meningkat dari 15,84% menjadi 25,94%.</p>	<p>meningkatkan kualitas gelatin.</p>
10	<p><i>Fabrication of double crosslinked chitosan gelatin membranes with Na<sup>+</sup> and pH dual-responsive controlled permeability</i></p> <p>(Y. Liu et al., 2021)</p>	Gelatin	<p><b>Sumber gelatin:</b> babi</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 0,03 g</p> <p><b>Jenis polimer :</b> Kitosan</p> <p><b>Konsentrasi:</b> 0,03 g</p> <p><b>Metode pembuatan:</b> sebagai polimer yang dicampurkan dengan gelatin;</p>	<p>Setelah dilakukan persenyawaan dihasilkan nilai Kekuatan tarik 87,13 Mpa dan stabilitas termal 230°C</p>	<p>Dengan adanya metode pengikatan silang persenyawaan gelatin kitosan dengan menggunakan konsentrasi kitosan 0,03 g/ mL larutan kitosan dalam asam asetat dan larutan gel</p>

			<p>konsentrasi kitosan 0,03 g / mL larutan kitosan dalam asam asetat dan larutan gelatin 0,03 g / L ditambahkan ke dalam labu dengan perbandingan 1: 1 untuk menghasilkan volume total 10 mL; parameter kualitas produk terdiri dari <i>tensile strength</i> dan <i>thermal stability</i></p> <p><b>Parameter kualitas produk:</b> kekuatan tarik dan stabilitas termal.</p>	<p>0,03 g / L perbandingan 1: 1 untuk menghasilkan volume total 10 mL; dapat memperbaiki sifat termal dan kekuatan dari gelatin</p>
--	--	--	--	---

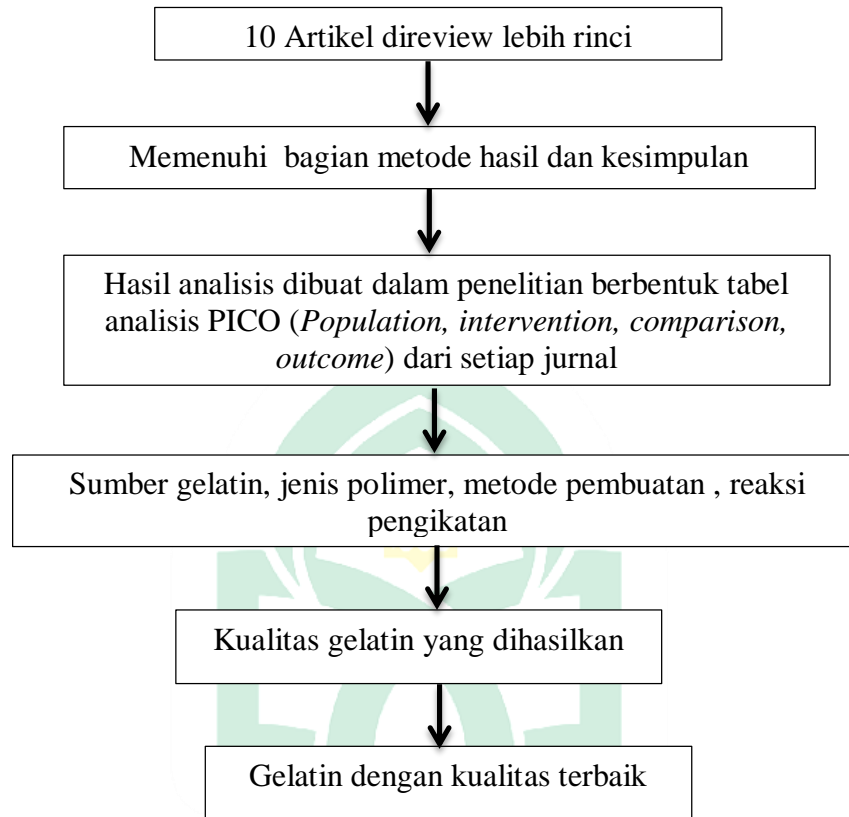

Gambar 2. Skema Analisis Artikel

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 *Gelatin*

#### 4.1.1. Definisi gelatin

Gelatin berasal dari bahasa latin “*gelare*” yang artinya membuat beku, gelatin adalah suatu senyawa yang tidak terjadi secara alami. Gelatin termasuk molekul besar yang memiliki berat molekul (BM) gelatin mencapai 90.000 sedangkan gelatin komersial dengan *range* antara 20.000-70.000. Gelatin dapat larut dalam air, pelarut asam asetat, pelarut alkohol seperti gliserol, propilen glikol, sorbitol, dan manitol dan sejenisnya (Juliasti et al., 2015).

Gelatin adalah polipeptida yang berasal dari hidrolisis kolagen kulit dan tulang, merupakan turunan dari serat kolagen secara fisik dan kimia sama. Dapat juga dikatakan bahwa gelatin diperoleh dari denaturasi kolagen (Agustin, 2013). Saat ini sekitar 31% gelatin yang diproduksi di dunia digunakan dalam industri farmasi, 59% digunakan dalam industri makanan, dan sekitar 8% digunakan dalam industri lainnya (Mohebi & Shahbazi, 2017).

Gelatin adalah jenis senyawa yang berasal dari kolagen yang terdapat pada kulit, tulang, dan jaringan ikat dari hewan yang melalui proses hidrolisis dengan asam atau basa, ada 2 metode yang digunakan pada pembuatan gelatin: tipe A dan tipe B. Gelatin tipe A adalah gelatin yang umumnya dibuat dari kulit hewan (kulit babi), sehingga proses pelunakannya dapat dilakukan dengan cepat yaitu dengan melakukan perendaman dalam larutan asam (A = Asam). Gelatin tipe B adalah gelatin yang diolah dari bahan baku yang keras seperti tulang, sehingga proses perendamannya perlu lama dan larutan yang digunakan yaitu larutan basa (B = Basa). Gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan rendah kadar lemaknya. Gelatin kering dengan kadar air 8-12 mengandung protein sekitar 84-

86 % protein, lemak hampir tidak ada dan 2-4% mineral (Govindaraju et al., 2017).

#### 4.1.2. Sumber gelatin

##### a. Sapi

Bahan baku yang biasa digunakan sebagai bahan pembuatan gelatin yaitu berasal dari kulit sapi yang dilakukan dengan perendaman HCl 3% dan 5%, adapun metdoenya yaitu dengan membersihkan kulit sapi dari seluruh kotoran-kotoran dan menghilangkan sebagian lemaknya kemudian dicuci dengan aquadest bersih, dilakukan perendaman dengan HCl 3% dan 5% dilakukan lagi pencucian setelah perendaman, setelah itu tempatkan kulit sapi dalam wadah dan ditambahkan aquadest 1000 ml, l=kemudian dipanaskan sehingga menghasilkan larutan gelatin dan sisa ossein, dipisahkan menggunakan saringan ataupun kain kasa, setelah itu dibekukan terlebih dahulu lalu dimasukkan kedalam oven selama 72 jam lalu kepingan gelatin tersebut diblender hingga menjadi bubuk gelatin (Rapika et al., 2016)

##### b. Babi

Selain dari sumber sapi terdapat pula gelatin dari sumber babi, tetapi sumber babi memiliki banyak kontra bagi orang yang menganut agama islam sebab babi diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi bagi umat islam, tetapi tak menutup kemungkinan sumber ini tidak digunakan bagi agam lain sebab gelatin babi bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang khususnya farmasi, adapun cara pengekstraksian gelatin babi yaitu dilakukan dengan perendaman asam yakni digunting dengan ukuran 1 sampai 2 cm kemudian direndam pada asam asetat selama 24 jam setelah direndam dicuci dengan air mengalir berulang kali sampai pH netral kemuddian diekstraksi dengan aquadest didalam *waterbath* dengan pada suhu 40°C, 50°C, 60°C, 70°C selama 5 jam, lalu disaring dan dimasukkan ke oven



pada suhu 60°C selama 12 jam lalu dituang ke wadiah dan dikeringkan lagi selama 48 jam, lembaran gelatin yang diperoleh diblender dan disimpan pada wadiah (Gerungan et al., 2019).

c. Ayam

Kadar protein dalam tulang kaki ayam sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan produk gelatin yang tinggi pula, adapun metodenya bersihkan terlebih dahulu tulang ayam serta dihilangkan lemak dari tulang ayam tersebut kemudian panaskan pada suhu 70°C selama 30 menit, bersihkan kembali tulang dan potong kecil-kecil lalu dikeringkan kembali, ditimbang tulang ayam 250 g lalu direndam dengan HCl 5% selama 48 jam lalu dicuci hasil perendaman dan dinetralkan pada pH 7 diekstraksi dengan suhu 50°C selama 4 jam, hasilnya disaring kemudian dikeringkan pada suhu 45°C lalu disimpan pada wadiah (Fasya et al., 2018).

d. Itik

Pemanfaatan itik sebagai bahan baku gelatin belum terlalu maksimal, tetapi itik dapat dimanfaatkan sebagai peningkat nilai tambah (*Value added*), ini dilakukan untuk mencari sumber bahan selain dari babi dan sapi. Proses pembuatan gelatin itik yaitu perendaman tulang ke dalam aquadest lalu dipanaskan dengan suhu 70°C selama 1 jam lalu disaring dan hasil saringnya disimpan di *freezer*, selanjutnya tulang kembali direndam dengan aquades selama 1 jam dan hasil saringnya disatukan bersama hasil saring pertama, lalu dikeringkan dan diblender apabila sudah dikeringkan lalu disimpan serbuk gelatin pada wadiah (Khirzin et al., 2019).


e. Ikan

Gelatin sumber ikan juga sering digunakan sebagai alternatif lain untuk bahan baku gelatin. Artikel ini membahas tentang kulit ikan kakap merah, adapun

ekstraksinya yaitu dengan merendamkan kulit ikan dengan asam asetat 1-5% dalam waktu 12 sampai 24 jam kemudian dipanaskan pada suhu ekstraksi 80°C selama 3 jam lalu disaring dan hasil saringannya dikeringkan dengan suhu 40°C sampai 50°C selama 48 jam. Lembaran gelatin yang diperoleh diblender sehingga didapatkan gelatin dalam bentuk serbuk kemudian disimpan pada wadah (Trilaksana et al., 2013).

Gelatin dihasilkan dari bahan baku kulit babi, kulit sapi dan tulang sapi. Penggunaan bahan baku dari kulit babi, tentunya akan menyebabkan masalah bagi masyarakat Indonesia yang banyak didominasi bagi penduduk yang beragama Islam, sedangkan untuk bahan baku dari ternak sapi, menyebabkan masalah bagi masyarakat yang menganut kepercayaan hindu. Sumber bahan baku yang sifatnya halal, bersih dan dapat diterima berbagai macam penganut agama. Bahan baku yang paling banyak diteliti sekarang ini berasal dari tulang ikan. (Govindaraju et al., 2017).

#### 4.1.3. Struktur gelatin

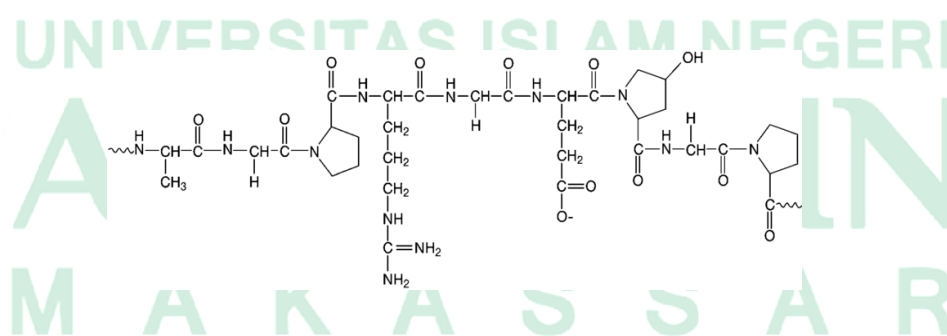

Gambar 2. Struktur Gelatin (Desmukh et al. 2018)

Gelatin memiliki struktur kimia  $C_{10}H_{151}N_{31}$ , yang terbagi atas asam amino yaitu 14% *hydroxyprolin*, 16 % *prolin*, 26 % *glisin*, dan yang dikandungnya tergantung dari bahan mentahnya. *Hydroxyprolin* berperan penting dalam stabilitas dari *triple helix* yang melalui ikatan hidrogen yang turun pada bagian -OH, gelatin memiliki sifat terang, agak kekuningan, rapuh, padat, agak

kekuningan hingga jernih dan tidak memiliki bau, mengandung asam amino yang paling dibutuhkan (essensial) yang terdiri dari sistein, leusin, phenilamin, methionine, valin, serin, isoleusin, *threonin*, dan tirosin (Agustin, 2013).

#### **4.1.4 Pemanfaatan Gelatin**

##### **a. Industri makanan**

Gelatin dalam industry makanan dimanfaatkan pada makanan sebagai peningkat mutu makanan, sebagai contohnya bisa digunakan sebagai thickner atau pengental, juga dalam hal pembuatan pembuatan sirup mentega, susu, lemon dan juga pasta. Selain itu, kegunaan gelatin sebagai penstabil dapat juga digunakan dalam proses pembuatan *ice cream* dan *yoghurt*. Gelatin untuk bahan pengikat juga dapat digunakan, hingga gelatin digunakan pada produk-produk daging, juga digunakan sebagai kemasan makanan (Ayndri et., al 2015).

##### **b. Industri farmasi**

Gelatin dalam industry farmasi digunakan sebagai bahan untuk membuat kapsul, gelatin dimanfaatkan pula terutama untuk mengubah larutan menjadi gel. Reaksi dalam pembentukan gel ini memiliki sifat yang *reversible* ini dikarenakan jika gel dipanaskan dan berbentuk larutan dan bila didinginkan akan kembali kebentuk gel (Ayndri et., al 2015).

##### **c. Fotografi**

Dalam fotografi gelatin bisa digunakan untuk proses pembuatan film, dapat membesar dan mengembang dalam air dingin, dapat pula membentuk film, viskositas suatu bahan gelatin dapat melindungi *system* koloid. (Zamai et al., 2016).

### **4.2 Kualitas gelatin**

#### **4.2.1 Kualitas gelatin komersial**

Gelatin komersial yang beredar dipasaran dapat dikategorikan dalam 2

tipe yaitu gelatin tipe A dan B. Pembagian ini dibuat berdasarkan jenis metode dan prosesnya, yaitu melalui perendaman asam dan basa. Proses perendaman asam memperoleh gelatin tipe A dan perendaman basa menghasilkan gelatin tipe B. Gelatin tipe A umumnya berasal dari kulit dan tulang babi, sedangkan gelatin tipe B berasal dari kulit dan tulang sapi. Sedangkan gelatin ikan dikategorikan sebagai gelatin tipe A. Secara ekonomi, metode asam lebih digemari dibanding dengan metode basa, karena proses perendamannya dilakukan dengan proses asam relatif yang cukup singkat yaitu hanya 3-4 minggu dibandingkan dengan metode basa yang pengerjaannya sekitar 3 bulan

#### **4.2.2 Kualitas gelatin hasil eksplorasi**

##### **a. Kualitas gelatin unggas**

Kualitas gelatin tulang kaki ayam dilihat dari beberapa parameter parameter yaitu kadar air dan pH. Umur penyimpanan gelatin sangat bergantung pada kadar air yang dihasilkan, ini dikarenakan adanya kandungan air yang menimbulkan tumbuhnya mikroorganisme yang dapat menyebabkan gelatin jadi rusak, kadar air dari gelatin dari tulang kaki ayam cukup besar karena pada proses hidrolisisnya gelatin tulang kaki ayam menghasilkan atau memperoleh gugus polar bebas dan ikatan *peptide* dari protein hingga dapat mengikat air, nilai pH dari tulang kaki ayam cukup rendah karena tingginya konsentrasi ayam yang digunakan oleh karena itu pada proses pembuatan juga mempengaruhi tinggi rendahnya pH suatu gelatin (Juliasti, 2014).

##### **b. Kualitas gelatin mamalia**

Gelatin yang diperoleh dari kulit dan tulang sapi memiliki kualitas yang baik dapat dilihat dari tingkat kekuatan gelatin yang dihasilkan jauh lebih besar dari gelatin yang diperoleh dari ikan ataupun unggas, dilihat juga dari kadar air gelatin sapi yang murni yang dapat menambah kualitas dari gelatin jenis mamalia

ini dari segi tingkat pelelehannya gelatin sapi lebih unggul dibandingkan gelatin ikan. Perubahan suhu pelelehan gelatin dikarenakan oleh adanya perbedaan perolehan bahan baku yang digunakan. Jenis perbedaan gelatin menghasilkan perubahan sifat fisikokimia yang berpengaruh terhadap sifat termal dan sifat reologi seperti suhu gelatin, suhu leleh dan juga kekuatan gel dari gelatin (Masirah, 2018).

#### c. Kualitas gelatin ikan

Kualitas gelatin ikan memiliki kualitas yang lebih rendah dari gelatin sumber lainnya hal ini dikarenakan kandungan glisin dan prolin pada gelatin ikan lebih rendah. Prolin dan glisin adalah 2 pokok asam amino utama yang merupakan bagian dari seluruh komponen asam amino. Komponen asam amino hidroksiprolin dan glisin yang dibawah *range* pada ikan dapat mengakibatkan rendahnya titik leleh gelatin (Astawan et,al. 2013). Tingginya kandungan asam amino (prolin dan glisin) dapat meningkatkan sifat reologi dari gelatin sebab asam amino sangat penting untuk mempertahankan stabilitas dari *triple helix* kolagen (Tong et,al. 2013).

#### 4.2.3 Hambatan penggunaan gelatin komersial

Gelatin yang diperoleh dari kulit dan tulang babi haram bagi agama Muslim dan Yahudi, sedangkan gelatin yang diperoleh dari sapi tidak dikonsumsi pada beberapa agama Hindu. Kasus seperti penyakit flu babi (*Swine influenza*).

Gelatin komersial berasal dari sapi, produksi gelatin komersial ini memiliki beberapa hambatan seperti sapi gila (*Mad cow disease*), dan penyakit kuku dan mulut juga membatasi penggunaan dari sapi sebagai perolehan utama (Nurul & Sarbon, 2015).

Hambatan penggunaan sumber bahan baku dari itik yaitu kurang maksimalnya ekstraksi yang diperoleh sehingga orang yang ingin menggunakan

sumber bahan baku ini masih sedikit (Khirzin et al., 2019). Sumber bahan baku ayam memiliki hambatan yang sama dengan sumber bahan baku itik sebab kurang maksimalnya pada bagian ekstraksi bahan baku sehingga orang yang menggunakan bahan baku ini masih sedikit (Tunjungsari & Sumarni, 2019).

Kualitas gelatin ikan memiliki kualitas yang lebih rendah dari gelatin komersial hal ini dikarenakan kandungan glisin dan prolin pada gelatin ikan lebih rendah dari gelatin komersial. Glisin dan prolin adalah dua asam amino utama yang menjadi bagian dari total kandungan asam amino, kandungan asam amino glisin dan hidrosiprolin yang rendah pada ikan dapat mengakibatkan rendahnya titik leleh gelatin (Astawan et.al. 2013). Kandungan asam amino (prolin dan glisin) yang tinggi dapat meningkatkan sifat reologi gelatin karena asam amino penting dalam menjaga stabilitas struktur triple helix kolagen (Tong et.al. 2013).

#### **4.2.4 Upaya peningkatan kualitas dan pemanfaatan berbagai sumber gelatin**

Gelatin memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti pada industri makanan sebagai bahan yang digunakan untuk membuat kue dan susu. Dalam bidang kesehatan termasuk farmasi, gelatin dapat digunakan sebagai matriks untuk implan atau mikrosfer plester, obat injeksi, dan intravena, pembuatan cangkang kapsul lunak dan keras. Gelatin dapat juga digunakan dalam mengurangi jumlah kadar karbohidrat pada suatu makanan yang diformulasi untuk pasien yang memiliki penyakit diabetes (Darwin et al., 2018).

*Crosslinking* kimia antar rantai protein dari gelatin juga bisa digunakan sebagai penstabilan sifat mekanik dari suatu gelatin. Desain dan pilihan reagen *crosslinking* sangat bergantung pada pengaplikasian spesifik. Masing-masing spesies molekuler yang digunakan untuk taut silang memiliki sifat spesifikasi terhadap gugus tertentu, misalnya amino (Wong and Jameson, 2011).

### 4.3. Polimer

#### 4.3.1 Definisi polimer

Polimer adalah makromolekul yang dibentuk dari sejumlah molekul kecil yang saling berikatan. Molekul kecil yang membentuk polimer ini disebut sebagai monomer, sedangkan reaksi yang terjadi disebut polimerisasi. Satu rantai polimer dapat tersusun atas ratusan, ribuan bahkan jutaan molekul monomer yang saling berikatan (Tunjungsari & Sumarni, 2019).

#### 4.3.2 Jenis-jenis dan struktur polimer

1. Menurut sumber, polimer dibagi atas 3 kelompok, yaitu :

a. Polimer alam

merupakan suatu polimer yang terjadi secara alami. Polimer alam merupakan senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup, yang jumlahnya terbatas dan juga sifat polimer alam yang kurang stabil pada saat proses pemanasan, sifat yang mudah menyerap air, dan susah terbentuk dapat menyebabkan penggunaan polimer menjadi sangat terbatas.

b. Semi sintesis

merupakan polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia

c. Sintesis

merupakan polimer yang dibuat melalui proses polimerisasi dari monomer-monomer polimer.

Tabel 6. Polimer Menurut Sumber

No	Sumber	Jenis polimer
1	Polimer alam	Karet alam Pati Selulosa Protein Asam nukleat
2	Semi sintetik	Selulosa nitrat
3	Sintetik	Damar fenol formaldehid

2. Menurut struktur polimer dibagi menjadi 3 kelompok :

a. Polimer linear

merupakan polimer yang disusun dengan unit ulang yang berikatan satu sama lain, yang membentuk rantai polimer yang panjang. Polimer ini dapat larut dalam beberapa pelarut dan dalam keadaan padat dan dengan suhu normal.

b. Polimer bercabang

merupakan polimer yang terbentuk jika dalam beberapa unit ulang dapat membentuk cabang pada rantai yang utama.

c. Polimer berikatan silang (*Cross-linking*)

merupakan polimer yang terbentuk karena adanya beberapa rantai polimer yang saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya.

Tabel 7. Polimer Berdasarkan Struktur

No	Struktur	Jenis
1	Polimer linear	Polietilena Polivinil klorida (PVC) Polimetil metakrilat (PMMA)
2	Polimer bercabang	
3	Polimer berikatan silang ( <i>Cross-linking</i> )	

3. Berdasarkan gaya intermolekul

Sifat mekanik dan kimia dari polimer sangat bergantung pada gaya intermolekuler seperti pada gaya van der waals.

Tabel 8. Polimer Berdasarkan Gaya Intermolekul

No	Gaya intermolekuler	Jenis polimer
1	Intermolekuler	Elastomer Serat Termoplastik Termoset

4. Berdasarkan monomer

Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibagi atas 2 yaitu homopolimer dan kopolimer. Homopolimer dibentuk dari satu jenis monomer sedangkan kopolimer dibentuk lebih dari satu jenis monomer.



Tabel 9. Polimer Berdasarkan Monomer

No	Monomer	Jenis polimer
1	Homopolimer	Polivinil klorida
2	Kopolimer	Stirena-butadiena-stirena (SBS)

#### 4.4. Peningkatan kualitas gelatin melalui pengikatan dengan polimer lain

##### 4.4.1. Sumber gelatin, kelemahan dan arah pengembangan kualitas

Gelatin dari berbagai sumber yang menjadi objek dan pengembangan penelitian pada artikel yang dianalisis digambarkan sebagai berikut:

##### a. Gelatin Babi

Gelatin babi digunakan oleh (Dash et al., 2013) sebagai bahan baku gelatin untuk ditingkatkan kualitasnya melalui pengikatan silang dengan polimer lain, yaitu cellulose (Y. Liu et al., 2021). Adapun kelemahan gelatin yang terdapat gelatin adalah protein yang diperoleh dengan *de-nature triple-helix* struktur kolagen menjadi molekul regangan tunggal. Setelah pendinginan larutan berair gelatin di bawah 35°C, membentuk fisik gel termo-reversibel karena pemulihan sebagian struktur heliks rangkap tiga kolagen dengan penataan ulang urutan-gangguan drake, namun, aplikasi gelatin biasanya terbatas pada suhu yang lebih tinggi (di atas 35°C), di mana pemutusan struktur ikatan sekunder menghancurkan jaringan fisik. Hal ini menyebabkan termal yang buruk dan sifat mekanik, dan sejauh ini gelatin terbatas, mudah tersedia dan bahan yang relatif murah dari aplikasi lebih lanjut (Liao et al., 2009). Oleh karena itu, ikatan silang kimia antara rantai protein gelatin digunakan untuk menstabilkan gel ini, sering mengacu pada gel gelatin kimia (tienhoven, 2006). Berbagai agen pengikat silang termasuk bodiimida mobil. formaldehida glutaraldehid polisakarida teroksidasi seperti dekstran kondroitin sulfat dan pati. Dengan adanya kelemahan tersebut sehingga perlu adanya peningkatan kualitas gelatin, adapaun yang menjadi objek pengembangan dalam artikel ini ialah mengembangkan hidrogel ikatan silang kimia gelatin dengan periodat nanowhiskers teroksidasi yang mengandung jumlah

aldehida yang berbeda kelompok. yang dapat memperluas penggunaan hidrogel gelatin dalam berbagai aplikasi biomedis.

Gelatin babi digunakan oleh gelatin babi digunakan oleh (Y. Liu et al., 2021) sebagai bahan baku gelatin untuk ditingkatkan kualitasnya melalui pengikatan silang dengan polimer lain, yaitu (Liao et al., 2009). Adapun kelemahan yang terdapat pada artikel sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya adalah Kitosan (CS) adalah polisakarida kationik terkenal (Mohammad, Abdulhameed, & Jawad, 2019). Biopolimer yang melimpah ini tersebar luas digunakan dalam aplikasi pelapisan polimer (Jiang & Wu, 2019; Klein et al., 2016; Rao, Naidu, Subha, Sairam, & Aminabhavi, 2006) karena biokompatibilitas, biodegradabilitas (Jiang & Wu, 2019; Shen, Smith, Li, Yan, & Qi, 2017), permeabilitas tinggi, dan biaya rendah. Namun, tinggi indeks pembengkakan dalam air, kekuatan mekanik rendah, dan luas permukaan rendah membatasi aplikasinya dalam film rilis terkontrol (Lu et al., 2019) sehingga perlu dikembangkan film rilis terkontrol gelatin kitosan agar dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang (Y. Liu et al., 2021)

#### b. Gelatin Sapi

Gelatin sapi digunakan oleh gelatin sapi digunakan oleh (Nur Hazirah et al., 2016) sebagai bahan baku gelatin untuk ditingkatkan kualitasnya melalui pengikatan silang dengan polimer lain, yaitu CMC (*Carboxymethylcellulose*), adapun kelemahan gelatin pada artikel (Nur Hazirah et al., 2016) yaitu Saat ini, film kemasan digunakan untuk produk yang mudah rusak, daging dan ikan. Film plastik yang terbuat dari polimer sintetik memiliki: semakin banyak digunakan untuk kemasan makanan karena harganya yang murah, pencetakan mudah dan sifat mekanik dan penghalang yang unggul (Jia, Fang, & Yao, 2009). Namun, mereka tidak dapat terdegradasi dan tidak terbarukan dan menyebabkan limbah

dan polusi lingkungan yang serius (Mu, Guo, Li, Lin, & Li, 2012). Arah pengembangan artikel ialah mengembangkan edible film komposit dari tiga polimer yang berbeda untuk menginduksi reaksi cross link yang meningkatkan kualitas film yang dibuat dari dua jenis polimer. Gelatin-karboksimetil film gum selulosa CMC-xanthan.

Gelatin sapi digunakan pada artikel (W. Wang et al., 2017) sebagai bahan baku dengan menggunakan polimer pati (amilum) (Mu, Guo, Li, Lin, & Li, 2012) dengan menggunakan metode ikatan silang (Dash et al., 2013). Adapun jenis kelemahan yang perlu ditingkatkan pada artikel ini ialah penggunaan luas kemasan plastik telah menyebabkan untuk meningkatkan kekhawatiran seputar limbah plastik yang dihasilkan di kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang tidak dapat terurai dan tidak dapat diperbarui sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya (Mu, Guo, Li, Lin, & Li, 2012). Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggunakan pati jagung amilosa tinggi sebagai pengisi untuk meningkatkan film gelatin, dengan fokus pada dampak derajat gelatinisasi dan dosis penambahan pati pada sifat film.

Gelatin sapi digunakan pada artikel (Q. Q. Wang et al., 2019) sebagai bahan baku dengan menggunakan polimer pati teroksidasi (Q. Q. Wang et al., 2019). Ditingkatkan kualitasnya melalui pengikatan silang gelatin dan jenis polimer pati teroksidasi. Adapun kelemahan pada artikel sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya adalah Hidrogel dapat mempertahankan banyak air dalam strukturnya dan banyak diterapkan dalam berbagai aplikasi biomedis dan farmasi (Yoo & Ghosh, 2014). Beberapa polimer sintetik, seperti ikatan silang poli (etilena glikol) (PEG) poli(hidroksietil metakrilat) (PHEMA) dan poli (N-isopropilakrilamida) (PNIPAM) (Haq et al., 2017) digunakan untuk hidrogel. Namun, sulit untuk menghilangkan monomer yang tidak terpolimerisasi residu

yang sangat beracun untuk biomedis dan farmasi aplikasi. Arah pengembangan pada artikel (Q. Q. Wang et al., 2019) mengembangkan Gelatin dengan polimer berbasis bio lainnya, daengan pencampuran dua polimer adalah dengan membuat jaringan polimer interpenetrating (IPNs)

Gelatin sapi digunakan pada artikel (Fonseca et al., 2020) sebagai bahan baku dengan menggunakan polimer pati teroksidasi (Haq et al., 2017). Adapun kelemahan gelatin sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya pada artikel ini ialah Teknologi pascapanen yang inovatif ini telah menunjukkan keterbatasan efisiensi untuk mendegradasi etilen mungkin karena aglomerasi TiO<sub>2</sub> pada matriks polimer Keterbatasan lain dari TiO<sub>2</sub> terkait dengan celah pita lebarnya (3,2 eV, misalnya anatase) yang menyerap 5% dari energi matahari, membatasi kemampuan eksitasinya pada panjang gelombang sinar UV di bawah 387,5 nm (Sethi et al., 2020) Fotokatalis ini juga telah tergabung dalam matriks biopolimer seperti kitosan pati protein dimana protein kacang kedelai asam polilaktida (PLA) gelatin dan selulosa untuk mendapatkan permukaan aktif dengan ikatan antimikroba yang tepat atau bahan yang diperkuat. Arah pengembangan artikel yaitu mengembangkan pembentuk film yang baik dan dapat digunakan secara luas untuk aplikasi pengemasan makanan, terutama untuk buah-buahan dan sayuran, karena tidak beracun, biodegradabilitas dan sifat penghalang yang baik .

Gelatin sapi digunakan pada artikel (Sethi et al., 2020) sebagai bahan baku dengan menggunakan polimer DCMC (*Dialdehyde Carboxymethylcellulose*) (Dash et al., 2013) menggunakan metode ikatan silang. Adapun kelemahan yang perlu ditingkatkan adalah Pencemaran air oleh berbagai limbah industri seperti: pewarna, ion logam berat, dan kontaminan organik lainnya seperti pestisida, obat-obatan, dll., telah meningkat, Dari limbah ini, limbah dari industri pewarna berkontribusi besar terhadap kualitas air dan dengan demikian membuatnya tidak

layak untuk diminum. Sehingga tujuan dan arah pengembangannya ialah Oleh karena itu, ilmuwan dan masyarakat umum harus berkontribusi besar untuk melindunginya. Ada banyak teknik seperti filtrasi membran, koagulasi, perawatan ozon, degradasi fotokatalitik, pertukaran ion, biologis pengobatan, dll, yang digunakan untuk menghilangkan pewarna dari air limbah. Dari semua metode ini, adsorpsi adalah metode yang mudah, praktis, dan hemat biaya. Jadi sintesis bahan dengan kualitas penyerap tinggi sangat penting untuk secara efisien menyerap pewarna dari air. Hidrogel bersifat hidrofilik dengan struktur tiga dimensi yang dapat menahan air di dalamnya, menunjukkan daya serap yang baik. Polimer hidrogel polisakarida alami, seperti pati, gelatin, kitosan, natrium alginat, gom, polipeptida, agar, dll., dan karboksimetil selulosa (CMC) mendapat perhatian yang cukup besar karena menjanjikan berbagai aplikasi di bidang biomedis, farmasi, nanoteknologi, kapasitor elektrokimia, pengolahan air dan tanah, dan sebagainya. Banyak pewarna berbahaya, yaitu Rhodamin B (RhB), Metil oranye (MO), dan Metil violet (MV), yang mampu pengembangan hidrogel baru disintesis dengan cross-linking DCMC dan gelatin menggunakan reaksi basa Schiff tanpa menggunakan cross-linker asing dan pemanfaatannya dalam penghilangan Rhodamin B (RhB) dan Metil violet (MV) (Sethi et al., 2020).

#### c. Gelatin Komersil

Gelatin komersial digunakan pada artikel (Arora et al., 2017). sebagai bahan baku dengan menggunakan polimer pati teroksidasi (Haq et al., 2017). Menggunakan metode ikatan silang . Adapun kelemahan sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya adalah Tulang rawan artikular karena fungsi bantalan bebannya sangat rentan terhadap cedera akut dan kronis. Kurangnya sel progenitor penduduk jaringan, matriks ekstraseluler padat, dan kurangnya pembuluh darah secara signifikan membahayakan kemampuan perbaikan intrinsik pada jaringan

tulang rawan . Sedangkan gejala bantuan dapat diperoleh dengan obat-obatan yang lazim, pendekatan perawatan bedah saat ini untuk regenerasi tulang rawan menunjukkan keberhasilan klinis yang terbatas. Di masa lalu jaringan tulang rawan rekayasa telah muncul sebagai strategi alternatif untuk memungkinkan regenerasi tulang rawan articular menggunakan sel, faktor pertumbuhan dan perancah biomaterial baik sendiri atau dalam kombinasi yang sesuai. Tujuan dan arah pengembangan artikel ini ialah mengembangkan sistem biomaterial yang tidak hanya dapat menghasilkan sel tetapi juga menghadirkan faktor pertumbuhan seperti TGF- $\beta$  ke sel yang dikirim di lokasi defek tulang rawan. Di bidang rekayasa jaringan, hidrogel injeksi gelling in situ telah mendapatkan popularitas sebagai perancah biomaterial karena dapat digunakan untuk mengirimkan sel dan molekul bioaktif secara minimal cara invasif. Selain itu, mereka memungkinkan distribusi sel yang seragam dalam matriks dan memiliki kemampuan untuk mengisi lesi berbentuk/ukuran tidak beraturan di lokasi defek tulang rawan. saat ini kami mengeksplorasi potensi hidrogel karboksimetil selulosa / gelatin yang terhubung silang in situ menggunakan enzim horseradish peroxidase (HRP) sebagai pembawa sel dan faktor pertumbuhan untuk jaringan tulang rawan rekayasa. Karboksimetil selulosa (CMC) adalah polimer semi-sintetik yang berasal dari tumbuhan yang biokompatibel, tersedia secara komersial dalam kemurnian tinggi, biaya rendah, dan telah disetujui FDA untuk penggunaan klinis sebagai aditif dalam produk OP-1 Putty (pengganti autograft tulang). Selain itu, CMC memiliki kesamaan dalam fungsi kimianya (kandungan gugus karboksil tinggi) dan tipe tautan silang ( links1-4 tautan glikosidik) dengan molekul matriks tulang rawan asli hyaluronic AC id. Secara keseluruhan, sifat CMC ini membuatnya sesuai untuk pembuatan hidrogel untuk tulang rawan tujuan rekayasa jaringan (Arora et al., 2017).

Gelatin komersial digunakan pada artikel (Y. Wang et al., 2020). Sebagai bahan baku dengan menggunakan polimer Kitosan (Nur Hazirah et al., 2016) dengan menggunakan metode taut silang. Adapun kelemahan sehingga perlu ditingkatkan ialah Stabilitas kimia yang tinggi dan biodegradabilitas yang sangat rendah dari bahan kemasan plastik menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Dibandingkan dengan bahan kemasan sintesis tradisional, dapat dimakan film kemasan dapat terurai secara hayati dan tidak menyebabkan lingkungan polusi. Selain itu, mereka dapat berfungsi sebagai penguat nutrisi, makanan zat penyedap, pembawa senyawa aktif seperti antimikroba atau antioksidan, dan dianggap sebagai bahan yang ideal untuk makanan kelestarian, dengan arah pengembangan dan tujuan ialah Mengembangkan sifat fisika-mekanis dan struktural sifat-sifat edible film komposit gelatin-kitosan-propilen tea.

Gelatin komersial digunakan pada artikel (Y. Liu et al., 2021). Sebagai bahan baku dengan menggunakan polimer Kitosan (Nur Hazirah et al., 2016) kelemahan yang perlu ditingkatkan ialah Patogen menyebabkan banyak penyakit bawaan makanan, yang telah menimbulkan masalah besar dalam industri makanan dan kesehatan masyarakat. Mereka dapat tumbuh dengan cepat di bawah yang sesuai kondisi dalam produk pengolahan makanan . Dengan demikian, keamanan dan kualitas makanan produk dapat dipastikan tidak hanya dengan meningkatkan pengawasan mikroba selama pemrosesan tetapi juga dengan memastikan keamanan pangan selama pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Dengan tujuan dan arah pengembangan ialah mengembangkan film kemasan nanofiber antibakteri berbasis pada gelatin, kitosan, dan PLA.

Tabel 10. Sumber Gelatin, Polimer dan Arah Pemanfaatan Hasil Pengikatan

No	Gelatin		Pemanfaatan	Pustaka
	Sumber Gelatin	Polimer terikat		
1	Babi	Cellulose	Kemasan makanan	(Dash et al., 2013)
2.	babi	Kitosan	Bio adsorben untuk RhB (Rhodamin Biru) dan pewarna MV (Metil violet) dalam larutan air	(Y. Liu et al., 2021)
3.	Sapi	CMC ( <i>Carboxymethylcellulose</i> )	Kemasan makanan	(Nur Hazirah et al., 2016)
4.	Sapi	Pati (amilum)	Film gelatin yang dapat dimakan di industry makanan	(W. Wang et al., 2017)
5.	Sapi	Pati teroksidasi	Kemasan makanan	(Q. Q. Wang et al., 2019)
6.	Sapi	HPMC ( <i>Hydroxypropyl methylcellulose</i> )	Kemasan makanan	(Fonseca et al., 2020)
7.	Sapi	DCMC ( <i>Dialdehyde Carboxymethylcellulose</i> )	Kemasan makanan	(Sethi et al., 2020)
8.	Gelatin komersial	CMC ( <i>Carboxymethylcellulose</i> )	Rekayasa jaringan sebagai terapi injeksi minimal <i>invasive</i>	(Arora et al., 2017)
9.	Gelatin komersial	Kitosan	Kemasan makanan	(Y. Liu et al., 2021)
10.	Gelatin komersial	Kitosan	Kemasan makanan	(Y. Wang et al., 2020)

Penjelasan di atas memberi informasi arah pemanfaatan gelatin melalui peningkatan kualitasnya, yaitu sebagai kemasan makanan (yang dapat dimakan), keperluan rekayasa jaringan, dan bioadsorben. Kemasan makanan yang dapat dimakan atau kemasan makanan yang biodegradable saat ini diperlukan untuk memperbaiki rasa, warna produk yang dikemas serta memudahkan penanganan makanan dan melindungi makanan dari kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologi.



Produk semacam ini telah lama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai bahan baku seperti gelatin, jagung, kedelai, kasein, protein susu dan protein ikan. Hasil penelitian dari artikel yang menggunakan bahan baku lain selain gelatin untuk kemasan makanan yang dapat dimakan dan yang biodegradable (Trimelya, 2016). Kualitas yang menjadi tolak ukur kemasan makanan yang dapat dimakan ialah pH atau temperatur, kadar air, kadar protein (Pati & Winarti, 2013).

Bahan yang digunakan untuk rekayasa jaringan diperlukan sebagai tempat menyediakan lingkungan yang sesuai untuk sel sehingga sel menetap di tempat yang akan direkonstruksi dan menjalankan fungsinya untuk membangun jaringan tulang baru. Perancah harus memiliki desain yang sesuai untuk tumbuhnya sel yang bersangkutan baik dari segi porositasnya, profil dan lamanya terdegradasi dengan sendirinya, serta kemampuannya dimuati suatu bahan yang berfungsi memberikan molekul signal untuk dimanfaatkan oleh sel yang terdapat dalam perancah maupun sel disekitarnya (Mahanani, 2013). Produk semacam ini telah lama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai bahan baku seperti gelatin, pati, kitosan (Luna et al., 2020). Hasil penelitian dari artikel yang menggunakan bahan baku lain yaitu kitosan, pembuatan rekayasa jaringan kulit menerapkan pengaplikasian nanoteknologi yakni *nanofiber* kolagen kitosan memiliki morfologi yang baik yakni tidak terdapat gumpalan seperti pada *nanofiber* kolagen-kitosan laju degradasi yang stabil dan kekuatan tarik yang memenuhi standar nilai untuk kulit manusia (Luqyana et al., 2020).

Bahan yang digunakan untuk bioadsorben diperlukan untuk tujuan penjernihan air yang dapat merusak air dari sisi kejernihannya dan penghilangan bahan-bahan berbahaya pada air (Luna et al., 2020). Produk semacam ini telah lama dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai bahan baku seperti gelatin, kitosan, karbon aktif limbah, dan juga pati. Berdasarkan hasil penelitian (Luna et

al., 2020). Digunakan ampas ekstraksi nanobiosilika masih mengandung SiO<sub>2</sub> yang cukup tinggi (89,86%) sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku adsorber untuk aplikasi pada penjernihan air. Peningkatan daya serap dilakukan melalui proses kalsinasi dimana ukuran bahan yang semakin kecil dan suhu kalsinasi yang semakin meningkat memberikan peningkatan luas permukaan pori. Ampas ekstraksi yang berukuran 100 mesh dan dikalsinasi pada suhu 800°C memiliki luas permukaan pori yang mendekati arang aktif komersial (15,83 m<sup>2</sup>/g). Uji kualitas yang menjadi parameter terhadap produk bioadsorben ialah kadar air, kadar abu, dan daya serap iodium (Ahiduzzaman & Sadrul Islam, 2016).

#### **4.4.2. Pengaruh Jenis dan Konsentrasi polimer terhadap peningkatan kualitas gelatin**

Beberapa polimer dicoba untuk diikatkan dengan gelatin untuk mendapatkan kualitas yang ditingkatkan sesuai arah pengembangan penggunaannya. Variasi konsentrasi juga dicobakan untuk mendapatkan kualitas yang optimal. Berikut jenis dan konsentrasi polimer yang digunakan untuk membentuk persenyawaan dengan gelatin dan hasil yang diperoleh:

##### **a. Pati**

Pati digunakan untuk membentuk persenyawaan dari gelatin sapi (W. Wang *et al.*, 2017), babi (Q. Q. Wang *et al.*, 2019). Digunakan pati sebab amilosa tinggi sebagai pengisi untuk meningkatkan film gelatin, dengan fokus pada dampak derajat gelatinisasi dan dosis penambahan pati pada film properti.

Konsentrasi gelatin dan pati yang digunakan beragam yaitu gelatin dengan konsentrasi 4% dan pati 5% (Q. Q. Wang *et al.*, 2019), gelatin dengan konsentrasi 1,5 g dan pati 10% dan 50%. Sesuai dengan arah pengembangannya, maka kualitas hasil yang diperoleh berdasarkan jenis dan konsentrasi polimer kualitas meningkat dari konsentrasi 10% menghasilkan kelembaban 94% ke konsentrasi

50% menghasilkan kelembaban 135% (W. Wang *et al.*, 2017), pada artikel (Q. Q. Wang *et al.*, 2019) dengan konsentrasi 5% dapat meningkatkan kualitas gelatin dari segi kekuatan tiori 1,29 Mpa serta kelembaban 1,67%.

#### b. Selulosa

Selulosa digunakan untuk membentuk persenyawaan dari gelatin komersial (Dash *et al.*, 2013), gelatin sapi (Sethi *et al.*, 2020), Polimer hidrogel polisakarida alami, seperti pati, gelatin, kitosan, natrium alginat, gom, polipeptida, agar, dll., dan selulosa memiliki mendapat perhatian yang cukup besar karena menjanjikan berbagai aplikasi di bidang biomedis, farmasi, nanoteknologi, kapasitor elektrokimia, pengolahan air dan tanah, Banyak pewarna berbahaya, yaitu Rhodamin B (RhB), Metil oranye (MO), dan Metil violet (MV), dilepaskan dan memiliki daya serap yang baik.

Dengan konsentrasi selulosa (Dash *et al.*, 2013) 0,14%, 4%,13% 17% , dari segi stabilitas termal konsentrasi tingkat rendah (0,14%) menunjukkan perilaku termal yang sama seperti gel yang dibuat dari gelatin, sedangkan untuk sampel ikatan silang 4 dan 13%, modulus elastisitas nilainya tetap lebih tinggi dari sampel gelatin bahkan di atas titik leleh titik gelatin dan mereka menjadi stabil sampai 45°C,. Sampel dengan 17% derajat *cross-linking* ditemukan stabil sampai 50°C dengan modulus penyimpanan yang tinggi karena adanya lebih banyak ikatan kimia dihasilkan dari tingkat yang lebih tinggi dari *cross-linking*. Pada artikel (Sethi *et al.*, 2020), dengan menggunakan konsentrasi 1 g dapat menghasilkan nilai Pembengkakan mencapai 98,64% dan stabilitas termal mencapai 210°C

#### c. CMC (*Carboxymethylcellulose*)

*Carboxymethylcellulose* digunakan untuk membentuk persenyawaan dari gelatin sapi (Nur Hazirah *et al.*, 2016), gelatin komersial (Arora *et al.*, 2017).

Digunakan polimer CMC sebab polimer ini dapat menginduksi reaksi *cross link* yang meningkatkan kualitas film yang dibuat dari dua jenis polimer. Gelatin-karboksimetil film gum selulosa (CMC).

Dengan konsentrasi CMC 20% (Nur Hazirah et al., 2016) menghasilkan nilai kualitas dengan ketebalan film mencapai 0,09 mm, kelembaban 21,97%, permeabilitas uap air 24,40 g/ m<sup>2</sup>, kekuatan tarik 7,84 Mpa. Pada artikel (Arora et al., 2017) menghasilkan sitokompatibilitas yang baik

#### d. HPMC (*Hydroxypropyl methylcellulose*)

HPMC (*Hydroxypropyl methylcellulose*) digunakan untuk membentuk persenyawaan dari gelatin sapi (Fonseca et al., 2020), polimer ini digunakan sebab Selain biopolimer, polimer sintetik sebagai polietilen, polipropilen polikaprolaktam (PCL) dan polivinilpirolidon (PVP) , campuran polimer sebagai PCL/pati, polivinil alkohol/xylan kolagen/kitosan dan aragenan/xanthan/gellan [dan pendukung anorganik sebagai borosilikat dan kuarsa juga telah digunakan untuk melumpuhkan TiO<sub>2</sub>. Namun demikian, kepedulian terhadap lingkungan yang terkait dengan penggunaan bahan food grade bio degradable telah menjadi salah satu fokus kami tim peneliti. Dengan demikian, dua biomaterial dengan hidrofilisitas yang berbeda digunakan dalam pekerjaan ini untuk melumpuhkan nanopartikel TiO<sub>2</sub> dan mempelajari derajat dispersinya: turunan sakarida hidrofilik non-ionik dari selulosa HPMC (*hydroxypropyl methylcellulose*) dan protein sapi gelatin terdiri dari hidrofilik dan hidrofobik rantai asam amino.

Dengan konsentrasi HPMC 4% (Fonseca et al., 2020) menghasilkan nilai kelembaban 13,87%, kelarutan 50,38 stabilitas termal 51,7°C permeabilitas uap air 0,40%.

#### e. Kitosan

Kitosan digunakan untuk membentuk persenyawaan dari gelatin komersial (*Y. Wang et al., 2020*) (*Liu et al., 2020*). Digunakan polimer kitosan sebab Sebagai polisakarida yang aman, tidak beracun, mudah terurai, dan antibakteri, kitosan memiliki telah banyak digunakan dalam persiapan bahan antibakteri. Kitosan, sebagai alami matriks polimer makromolekul, tidak hanya dapat digunakan sebagai film pelapis tetapi juga dapat banyak digunakan dalam elektrospinning. Sampai saat ini, banyak peneliti telah mempelajari nanofiber electrospinning yang mengandung kitosan

Dengan konsentrasi kitosan 10%, 20%, 30%, 40% b/v (*Y. Wang et al., 2020*), menghasilkan nilai beberapa variasi yaitu nilai kelembaban 1,38%, kekuatan tarik 24,8 Mpa, dan permeabilitas uap air 6,67, pada konsentrasi 20% nilai yang dihasilkan pada kelembaban 1,39% kekuatan tarik 26,6 Mpa, permeabilitas uap air 5,84, pada konsentrasi 30% kelembaban yang dihasilkan 1,40, kekuatan tarik 31,5 dan permeabilitas uap air 4,67, pada konsentrasi 40% kelembaban 1,42, kekuatan tarik 29,7 dan permeabilitas 6,12. Pada artikel (*Liu et al., 2020*) dengan konsentrasi 1,6 g sifat stabilitas termal, Kelembaban konten film adalah 18,73%, dan kelarutan film air adalah 25,72%. Karena konsentrasi semakin meningkat kandungan air dari film meningkat dari 8,14% menjadi 27,01%. Kelarutan air film meningkat dari 15,84% menjadi 25,94%.

Tabel 11. Pengaruh jenis dan konsentrasi polimer

No	Sumber gelatin & Pustaka	Konsentrasi gelatin	Polimer dan konsentrasi		Kualitas			
			jenis	konsentrasi	Ketebalan film (mm)	Kekuatan tarik	Kadar air	Temperatur (°C)
1	Babi (Dash et al., 2013)	20%	selulosa	20%	-	-	-	50
2	Sapi (Nur Hazirah et al., 2016)	80%	CMC	20%	0,09	7,84	21,97	56,36
3	Gelatin komersial (Arora et al., 2017)	1%	CMC	1%	-	78	-	70
4	Sapi (W. Wang et al., 2017)	1,5 g	Pati	0,15 g	-	50,73	94	78,44
5	Sapi (Q. Q. Wang et al., 2019)	4%	Pati	5%	-	1,29	1,67	70
6	Gelatin komersial (Y. Liu et al., 2020)	8 g	Kitosan	1,6 g	-	87,13	27,01	230
7	Sapi (Fonseca et al., 2020)	4 g	HPMC	4 g	-	-	13,87	83,6
8	Gelatin komersial	8%	Kitosan	10 %	-	24,8	1,381	65

	(Y. Wang et al., 2020)							
9	Sapi (Sethi et al., 2020)	15 ml	CMC	1 g dalam 15 ml	-	-	15	210
10	Babi (Y. Liu et al., 2021)	0,03 g/l	Kitosan	0,03 g/ml	-	87,13	-	230



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Dari tabel di atas tampak bahwa terjadi peningkatan kualitas gelatin hasil persenyawaan dengan polimer dibandingkan kualitas gelatin awal. Peningkatan kualitas dari segi pembengkakan hidrogel disebabkan oleh konsentrasi selulosa 1 g difusi air menjadi jaringan hidrogel polimerik yang menyebabkan perluasan jaringan polimer diimbangi dengan gaya retraksi elastis, kemudian derajat ikatan silang diantara rantai polimer yang berbeda bisa mempengaruhi pembengkakan hidrogel, dari segi kekuatan tarik peningkatan kualitasnya disebabkan oleh hubungan secara silang yang terjadi pada *nanowisher* selulosa, hidrogel yang terhubung silang dengan baik maka akan menghasilkan kekuatan tarik yang baik, dari segi stabilitas termal peningkatan kualitasnya disebabkan oleh hilangnya kelembaban karena pengeringan hingga 250°C (Sethi et al., 2020) hal ini dijelaskan juga oleh (Asmudrono, 2019) bahwa hubungan ikatan silang gelatin dan polimer akan meningkatkan kualitas dari suatu gelatin.

Peningkatan kualitas disebabkan oleh CMC dengan menggunakan konsentrasi 1% adanya modifikasi polimer yang memungkinkan silang dan adanya co substrat H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, pembentuk gel pada terjadi satu menit dari pencampuran konstituen yang diindikasikan dan kesesuaian system sebagai hydrogel injeksi gel *in situ* (Arora et al., 2017) hal ini juga dikatakan oleh hal ini juga dikatakan oleh (Hamzah et al., 2019) bahwa konsentrasi bahan penaut silang sangat berpengaruh terhadap indeks pengembangan, kekuatan tarik dan ketebalan film terutama pada indeks pengembangan menunjukkan bahwa sebuah bahan dalam mengikat air.

Peningkatan kualitas dari segi kekuatan mekanik disebabkan oleh nanoselulosa berfungsional aldehida, yang memungkinkan ikatan silang kovalen dan memiliki efek penguatan fisik dan disebabkan oleh penambahan 15% nanoselulosa, dari segi indeks pengembangan gelatin disebabkan oleh perendaman gelatin dalam air dalam jangka waktu 185 menit, proses pengikatan silang



diperkuat dengan menggunakan *Dialdehyde* nanoselulosa yaitu zat penghubung yang sangat dapat meningkatkan stabilitas air (Dash et al., 2013) hal ini juga dikatakan oleh (Rapika et al., 2016) bahwa ikatan silang kovalen sangat kuat dan dengan penambahan bahan turunan selulosa dapat menambah kualitas gelatin.

Dari segi stabilitas termal peningkatan kualitas gelatin disebabkan oleh polimer kitosan 1,6 g dengan adanya polimer ini struktur jaringan ikatan silang yang dihasilkan oleh aksi ganda ionic ikatan silang dan ikatan silang kovalen yang meningkatkan stabilitas membran jelas Puncak endotermik pada 91,1°C disebabkan oleh hilangnya kelembaban, dan puncak eksotermik sekitar 500°C dari penguraian kitosan dan gelatin (yaitu, transisi fase karena runtuhnya ikatan hidrogen antara gugus amida dan air), dari segi kekuatan tarik peningkatan kualitas disebabkan oleh penambahan genipin, yaitu pembentukan ikatan kovalen menjadi genipin dan kitosan-gelatin meningkatkan sifat mekanik film (Y. Liu et al., 2020) hal ini juga dikatakan oleh (Darwin et al., 2018) bahwa pada suhu tinggi 500°C dapat mengurai gelatin dan juga polimer kitosan karena terjadi transisi dan runtuhnya ikatan hydrogen antara gugus amida dan air sehingga kualitas termal dapat meningkat.

Pada peningkatan kualitas dari segi stabilitas termal disebabkan oleh polimer dengan konsentrasi 0,03 g/ml menyebabkan hubungan fisik antara atom-atom molekul dan pembentukan rantai polimer panjang, yang merupakan gaya antarmolekul itu seharusnya cukup besar untuk meningkatkan suhu degradasi termal, dari segi permeabilitas uap air disebabkan oleh reaksi ikatan silang basa Schiff mereduksi gugus hidrofilik dan diproduksi struktur kompak, dari segi antibakteri peningkatan kualitasnya disebabkan oleh film serat nano gelatin-kitosan-polifenol-1 dan gelatin-kitosan-polifenol -2 memiliki seragam dan struktur berpori retikuler kontinu. Sel bakteri lebih mudah dinonaktifkan oleh film

nanofiber ini karena struktur tiga dimensi dan permukaan yang lebih besar (Y. Liu et al., 2021) hal ini juga dikatakan oleh (Masirah, 2018) peningkatan kualitas gelatin disebabkan oleh fisik antara atom-atom molekul dan pembentukan rantai polimer panjang, yang merupakan gaya antarmolekul.

Dari segi ketebalan film disebabkan oleh pati 0,15 g peningkatan alkali pati, semakin tinggi nilai konsentrasi pati maka film akan semakin tebal, permeabilitas uap air meningkat disebabkan oleh sifat molekul gelatin asam amino hidrofilik, yang memungkinkan penyerapan molekul air dari lingkungan (W. Wang et al., 2017), hal ini juga dikatakan oleh (Hamzah et al., 2019) bahwa konsentrasi bahan penaut silang sangat berpengaruh terhadap indeks pengembangan, kekuatan tarik dan ketebalan film terutama pada indeks pengembangan menunjukkan bahwa sebuah bahan dalam mengikat air.

Dari segi kekuatan tarik meningkat disebabkan oleh pati 5% menyebabkan peningkatan jumlah gelatin sampai batas maksimum pada kekuatan tarik (Q. Q. Wang et al., 2019) hal ini juga dikatakan oleh (Masirah, 2018) peningkatan kualitas gelatin disebabkan oleh fisik antara atom-atom molekul dan pembentukan rantai polimer panjang, yang merupakan gaya antarmolekul.

Dari segi kekuatan mekanik meningkat disebabkan oleh kitosan 10% dengan adanya muatan positif dan sejumlah besar OH- ikatan pada permukaan nanopartikel kitosan-polyphenol tea, yang membuatnya lebih cenderung memiliki interaksi ikatan silang dan ikatan hydrogen antara radikal reaktif di rantai samping dan COOH- obligasi, dan NH<sub>2</sub>- ikatan pada rantai terminal gelatin secara dramatis meningkatkan sifat mekanik (Y. Wang et al., 2020) hal ini juga dikatakan oleh (Masirah, 2018) peningkatan kualitas gelatin disebabkan oleh fisik antara atom-atom molekul dan pembentukan rantai polimer panjang, yang merupakan gaya antarmolekul.

Dari segi ketebalan peningkatan kualitas disebabkan oleh CMC 20% dan xanthan gum membentuk jaringan film kompak dengan gelatin dan Molekul CMC karena ikatan silang dalam matriks film, dengan demikian, menghasilkan nilai ketebalan yang meningkat, dari segi kelembaban film disebabkan oleh interaksi dengan gelatin melalui ikatan hidrogen yang mampu memblokir posisi hidroksil berasosiasi dengan air untuk mengurangi kadar air dalam film gelatin, dari segi permeabilitas uap air disebabkan oleh dimana reaksi ikatan silang mempengaruhi difusi kelembaban koefisien dalam jaringan gelatin, menunjukkan struktur perubahan dalam matriks polimer setelah pengikat silang jadi, dengan penambahan xanthan getah menjadi gelatin-film CMC tampaknya telah mengubah struktur matriks polimer yang mempengaruhi koefisien difusi kelembaban dalam jaringan gelatin-CMC yang dipengaruhi oleh ikatan silang reaksi dalam film komposit, dari segi stabilitas termal disebabkan oleh gugus hidroksil dari CMC dan gum xanthan kemungkinan besar menginduksi peningkatan ikatan hidrogen dalam matriks film (Nur Hazirah et al., 2016) hal ini juga dikatakan oleh (Hamzah et al., 2019) bahwa konsentrasi bahan penaut silang sangat berpengaruh terhadap indeks pengembangan, kekuatan tarik dan ketebalan film terutama pada indeks pengembangan menunjukkan bahwa sebuah bahan dalam mengikat air.

#### **4.4.3. Pengaruh metode pencampuran gelatin-polimer terhadap kualitas**

Persenyawaan gelatin-polimer pada umumnya dibuat dengan metode pencampuran larutan dari masing-masing senyawa, dengan mengatur suhu, keasaman dan waktu pada kondisi pencampuran, dan metode pada penambahan bahan taut silangnya. Berbagai kondisi pada pembuatan serta hasil yang diperoleh dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Metode pembuatan**

###### **1) Gelatin-Pati**

Pertama, 0,15 g pati amilosa tinggi ditambahkan ke 20 ml 0,1 M larutan NaOH. Hal itu kemudian dipanaskan sampai 125°C untuk 80 menit untuk dapatkan larutan pati kuning, kental, dan agar-agar bernama Sha (konsentrasi rendah, 10%). Larutan berwarna putih dan tidak terlalu kental. tion (10.%) diperoleh dengan mengaduk campuran 0,15 g tinggi pati amilosa dalam 20 ml air deionisasi pada 125°C untuk 80 menit. Sebuah dispersi putih yang disebut Sn diperoleh dengan mencampurkan 0,15 g pati amilosa tinggi dalam 20 ml air deionisasi pada suhu kamar peratur. Demikian pula larutan dispersi pati dengan konsentrasi tinggi (50% berat) diperoleh dengan menambahkan 0,75 g pati amilosa tinggi ke masing-masing media, dilanjutkan dengan proses pengadukan dan pemanasan yang sama untuk gelatinisasi, kecuali Sn. Nilai pH semua sampel pati diukur menggunakan asidometer sebelum dan setelah gelatinisasi. Terakhir, untuk menyiapkan pati-gelatin film komposit, stok gelatin Larutan dibuat dengan menambahkan 1,5 g bubuk gelatin dan 0,45 g gliserol ke 10 ml air deionisasi, yang kemudian diaduk 45°C selama 2 jam. Kemudian larutan stok gelatin dicampur dengan 20 ml dari setiap larutan pati gelatin atau dispersi untuk membentuk sebanyak 30 ml setiap campuran. Campuran diaduk selama 2 menit dan dengan cepat masing-masing dilemparkan ke poly- 11 cm x 11 cm yang telah diratakan sebelumnya. pelat akrilik dan ditiup dengan lembut di udara selama 5 jam pada suhu 25°C. Film yang dikeringkan dikupas dari piring dan dikondisikan dalam desikator di 25°C, kelembapan relatif (RH) 52% selama 48 jam. Film gelatin rapi (Gel) dibentuk dengan langsung mencampurkan larutan stok gelatin dengan 20 ml air deionisasi. Semua karakterisasi film dilakukan keluar segera setelah pelepasan film ruang (W. Wang et al., 2017).

## 2) Gelatin-kitosan

Suhu yang digunakan pada gelatin kitosan dari serat nano gelatin-kitosan

*polyphenol tea* yang disiapkan dianalisis melalui DSC) dan. Untuk analisis DSC, file film nanofiber disegel ke dalam panci aluminium DSC dan dipanaskan dari 25°C sampai 250°C dengan laju pemanasan 10°C/menit di bawah atmosfer nitrogen. Untuk analisis TGA, sampel serat nano dipanaskan dari 30°C hingga 600°C pada laju pemanasan 10°C.

### 3) Gelatin-selulosa

Campuran larutan gelatin dengan selulosa dicampur bersama dengan gliserol, campuran diaduk pada suhu 50°C selama 20 menit kemudian ambil 25 ml dan dituang pada cawan petri lalu keringkan di oven (Nur Hazirah et al., 2016).

Beberapa variabel terlibat didalam metode pencampuran gelatin-polimer yang menghasilkan kualitas hasil yang lebih baik, antara lain adalah:

#### b. Kondisi Metode Pembuatan

##### 1) Rasio gelatin-polimer

Perbandingan gelatin polimer yang digunakan dalam pencampuran bervariasi sebagai berikut:

##### a). Rasio Gelatin polimer (1:1)

Rasio campuran 1:1 ini digunakan dengan jumlah yang berbeda yakni rasio gelatin dengan CMC 1:1 (Arora et al., 2017), DCMC 15:15 (Sethi et al., 2020), HPMC 4:4 (Y. Wang et al., 2020), kitosan 20:20 (Fonseca et al., 2020), kitosan 0,03:0,03(Y. Liu et al., 2021).

##### b). Rasio lainnya

Beberapa rasio pencampuran gelatin polimer tidak mengikuti pola rasio yang tetap, yaitu gelatin dengan CMC 8080:20 (Nur Hazirah et al., 2016), pati 1,5:0,15(W. Wang et al., 2017), gelatin sapi dengan rasio 4:5, (Q. Q. Wang et al., 2019), kitosan 8:1,6 (Y. Liu et al., 2020), kitosan dengan rasio 8:10 (Y. Wang et al., 2020).

## 2) pH

Pengaturan keasaman campuran gelatin-polimer dilakukan pada tingkat yang berbeda, sebagai berikut:

### a) pH 4

Pencampuran pada pH 4 dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer HPMC (*Hydroxypropyl methylcellulose*) (Fonseca et al., 2020).

### b) pH 5,3 dan 5,5

Pencampuran pada pH 5,3 dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer pati (Q. Q. Wang et al., 2019), sedangkan pencampuran pada pH 5,5 dilakukan pada polimer CMC (*Carboxymethyl cellulose*) (Arora et al., 2017).

### c) pH 6

Pencampuran pada pH 6 dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer CMC (*Carboxymethyl cellulose*) (Nur Hazirah et al., 2016), dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer kitosan (Fonseca et al., 2020), pembuatan gelatin dengan polimer pati (Q. Q. Wang et al., 2019), pembuatan gelatin dengan polimer HPMC (*Hydroxypropyl methylcellulose*) (Y. Wang et al., 2020) pembuatan gelatin dengan polimer DCMC (*Dialdehyde carboxymethylcellulose*) (Y. Liu et al., 2021).

pH menunjukkan tingkat keasaman gel yang diukur dengan menggunakan pH meter. Nilai gel dipengaruhi secara nyata oleh konsentrasi rasio gelatin polimer nilai pH meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi dari gelatin polimer, nilai pH gel dapat mempengaruhi kekuatan dan viskositas gel, bila nilai pH terlalu asam <4,3 dan suhu tinggi maka tekstur akan rapuh bahkan dapat menyebabkan tidak terbentuknya gel (Konsentrasi et al., 2011)

## 3) Suhu

Pengaturan suhu campuran gelatin-polimer dilakukan pada tingkat yang

berbeda, sebagai berikut:

a) Suhu 25°C

Pencampuran pada suhu 25°C dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer pati (Q. Q. Wang et al., 2019), dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer kitosan (Y. Wang et al., 2020), dan pada pembuatan gelatin dengan polimer kitosan (Y. Liu et al., 2021).

b) Suhu 45°C

Pencampuran pada suhu 45°C dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer CMC (*Carboxymethylcellulose*) (Nur Hazirah et al., 2016), pembuatan gelatin dengan polimer CMC (*Carboxymethylcellulose*) (W. Wang et al., 2017), dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer pati (Q. Q. Wang et al., 2019), dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer kitosan (Fonseca et al., 2020)

c) Suhu 50°C

Pencampuran pada suhu 50°C dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer DCMC (*Dialdehyde Carboxymethylcellulose*) (Y. Liu et al., 2021).

d) Suhu 70°C

Pencampuran pada suhu 70°C dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer selulosa (Dash et al., 2013)

Suhu mempengaruhi kualitas gel, sebab sumber kolagen yang diubah menjadi gelatin umumnya berasal dari sapid an babi, dan kolagen akan berubah menjadi gelatin saat dipanaskan pada suhu 50°C (Nur Hazirah et al., 2016).

4) Durasi

Pengaturan durasi pencampuran gelatin-polimer dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, sebagai berikut:

a) 10 menit

Pencampuran pada durasi 10 menit dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer kitosan (Fonseca et al., 2020)

b) 30 menit

Pencampuran pada durasi 30 menit dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer kitosan (Y. Liu et al., 2020)

c) 2 jam

Pencampuran pada durasi 2 jam dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer kitosan (Dash et al., 2013)

d) 5 jam

Pencampuran pada durasi 5 jam dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer CMC (*Carboxymethylcellulose*) (W. Wang et al., 2017)

e) 6 jam

Pencampuran pada durasi 6 jam dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer DCMC (*Dialdehyde Carboxymethylcellulose*)(Sethi et al., 2020) dan (Y. Liu et al., 2021).

f) 48 jam

Pencampuran pada durasi 48 jam dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer CMC (*Carboxymethylcellulose*) (Nur Hazirah et al., 2016), pada pembuatan gelatin dengan polimer CMC (*Carboxymethylcellulose*) (Arora et al., 2017), dilakukan pada pembuatan gelatin dengan polimer pati (Q. Q. Wang et al., 2019).

Durasi sangat berpengaruh pada pembuatan gelatin dengan polimer sebab semakin lama waktu yang digunakan maka akan semakin lama pula perlakuan dilakukan, misalnya pada tahapan ekstraksi semakin lama waktu ekstraksi maka rendamen akan semakin meningkat



Tabel 12. Pengaruh metode variable gelatin-polimer

No	Pustaka	Konsentrasi		Variabel pada metode			Kualitas gel			
		Gelatin	polimer	Suhu	pH	Durasi	Ketebalan film (mm)	Kekuatan tarik	Kadar air (%)	Temperatur (°C)
1	(Dash et al., 2013)	20%	20%	70°C	5	2 jam	-	-	-	50
2	(Nur Hazirah et al., 2016)	80%	20%	45°C	6	48 jam	0,09	7,84	21,97	56,36
3	(Arora et al., 2017)	1%	1%	45°C	5,5	48 jam	-	78	-	70
4	(W. Wang et al., 2017)	1,5 g	0,15 g	25°C	5,3	5 jam	-	50,73	94	78,44
5	(Q. Q. Wang et al., 2019)	4%	5%	45°C	6	48 jam	-	1,29	1,67	70
6	(Y. Liu et al., 2020)	8 g	1,6 g	45°C	4	30 menit	-	87,13	27,01	230
7	(Fonseca et al., 2020)	4 g	4 g	85°C	6	10 menit	-	-	13,87	83,6
8	(Y. Wang et al., 2020)	8%	10%	25°C	6	5 jam	-	24,8	1,381	65

9	(Sethi et al., 2020)	15 ml	1 g dalam 15 ml	50°C	5	6 jam	-	-	15	210
10	(Y. Liu et al., 2021)	0,03 g/l	0,03 g/ml	50°C	4	6 jam	-	87,13	-	230

Dari variabel yang terlibat di dalam metode pencampuran, dapat dilihat bahwa

#### 4.4.4. Pengikatan pada struktur gelatin dan polimer


##### a. sisi ikatan

Pada proses peningkatan gelatin dengan menggunakan polimer terjadi ikatan antara gelatin dan polimer yang membuat sifat dari gelatin berubah akibat ikatan tersebut. Adapun sisi ikatan gelatin polimer yang terjadi yaitu:

1) Sisi ikatan pada gelatilkatan silang triple helix menjadi ikatan rantai tunggal a-helix dan terjadi kerusakan ikatan pada hydrogen pada ikatan rantai triple helix struktur kolagen (Sethi et al., 2020)

2) Sisi ikatan pada polimer


##### a). Polimer kitosan

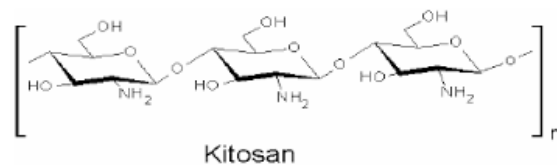

Gambar 3. Struktur kitosan

Kitosan merupakan polimer rantai panjang glukosamin, kitosan mengandung gugus asam amino ( $\text{NH}_2$ ), gugus fungsi pada kitosan juga memungkinkan untuk modifikasi kimia yang beraneka ragam termasuk reaksi dengan zat perantara ikatan silang, selain gugus amino terdapat pula gugus hidroksil primer dan sekunder (Sethi et al., 2020).


##### b). Polimer selulosa

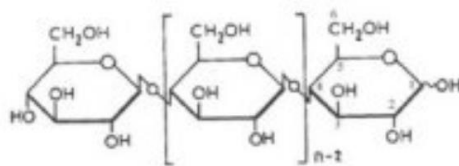

Gambar 4. Struktur selulosa

Gugus hidroksil C3 pada unit glukosa dan atom O cincin piranosa yang terdapat pada unit glukosa terdekat. Gugus hidroksil pada C2 dan atom O pada C6 unit glukosa tetangganya. Ikatan hidrogen antarmolekul terbentuk antara gugus hidroksil C6 dan atom O pada C3 di sepanjang sumbu b (Sethi et al., 2020).

c). Polimer pati

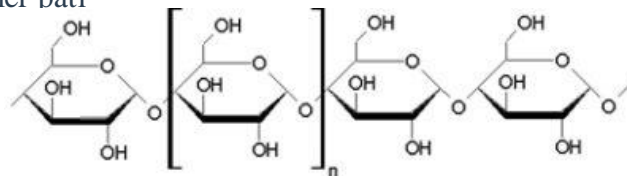

Gambar 5. Struktur pati

Amilosa berhubungan dengan polimer rantai normal dengan lebih dari 1000 molekul  $\alpha$ -glukosa bergabung melalui ikatan  $\alpha$ -1,4'-glikosidik dan hadir dalam proporsi 20 hingga 30%. Amilopektin, di sisi lain, terdiri dari rantai panjang unit  $\alpha$ -glukosa yang panjang dan sangat bercabang yang bergabung antara ikatan  $\alpha$ -1,4'-glikosidik. Percabangan adalah hasil dari ikatan silang antara nomor karbon 1 dalam satu unit glukosa dan nomor karbon 6 di unit lain (ikatan  $\alpha$ -1,6'-glikosidik). Amilopektin sesuai dengan sisa 70 hingga 80% pati (Sethi et al., 2020).

### 3) Senyawa antara

Ikatan silang kovalen membentuk kompleks gelatin-kitosan dengan karakteristik mekanik yang kuat. Aldehid adalah salah satu golongan senyawa yang dapat mengikat silang gelatin dan polisakarida, karakter kationik kitosan dalam kondisi asam memberikan peluang untuk terbentuknya interaksi

elektrostatik dengan senyawa bermuatan negatif lainnya (Sethi et al., 2020).

b. Reaksi yang terjadi

Ikatan pada gelatin-polimer dapat terjadi melalui beberapa reaksi yang disajikan pada table berikut:

Tabel 13. Metode dan Reaksi yang Terlibat

No	Metode	Reaksi	Judul dan pustaka
1	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Reaksi ikatan silang antara gugus aldehida dalam nanowhisiker dan –gugus amino dari lisin dan hidrolisin yang ada pada gelatin	<i>Improving the mechanical and thermal properties of gelatin hydrogels cross-linked by cellulose nanowhiskers</i>  (Dash et al., 2013)
2	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Reaksi ikatan silang xanthan gum dengan gelatin	<i>Effect of xanthan gum on the physical and mechanical properties of gelatin-carboxymethyl cellulose film blends</i>  (Nur Hazirah et al., 2016)
3	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Ikatan silang antara CMC dan gelatin	<i>TGF-1 presenting enzymatically cross-linked injectable hydrogels for improved chondrogenesis</i>  (Arora et al., 2017)
4	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Hidroksil pati yang terbuka bereaksi dengan gelatin kelompok fungsional	<i>Performance of high amylose starch-composited gelatin films influenced by gelatinization and concentration</i>  (W. Wang et al., 2017)
5	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Reaksi $-C=N$ , menghasilkan $-CHO$ di pati teroksidasi dan $H_2N$ -dalam gelatin	<i>Alginate/gelatin blended hydrogel fibers cross-linked by <math>Ca^{2+}</math> and oxidized starch: Preparation and</i>

			<i>properties</i> <i>(Q. Q. Wang et al., 2019)</i>
6	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Kitosan dan TPP (agen penaut silang)	<i>Physicochemical properties of gelatin films containing tea polyphenolloaded chitosan nanoparticles generated by electrospray</i> <i>(Y. Wang et al., 2020)</i>
7	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Regangan aksial O-H bebas dan ikatan hydrogen pada permukaan TiO <sub>2</sub> , Gugus OH dalam fotokatalisis menghasilkan rekasi (OH)	<i>Hydroxypropylmethylcellulose-TiO<sub>2</sub> and gelatin-TiO<sub>2</sub> nanocomposite films: Physicochemical and structural properties</i> <i>(Fonseca et al., 2020)</i>
8	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	DCMC (Dialdehyde carboxymethylcellulose) bereaksi melalui reaksi basa schiff menggunakan gugus amino bebas dari gelatin	<i>A hydrogel based on dialdehyde carboxymethyl cellulose-gelatin and its utilization as a bio adsorbent</i> <i>(Sethi et al., 2020)</i>
9	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Reaksi ikatan silang basa schiff menghasilkan struktur kompak	<i>Preparation and characterization of gelatin/chitosan/ 3-phenylacetic acid food-packaging nanofiber antibacterial films by electrospinning</i> <i>(Y. Liu et al., 2021)</i>
10	Taut silang ( <i>Cross-linking</i> )	Reaksi ikatan silang antara kitosan (CS) dan gelatin (Gel)	<i>Fabrication of double crosslinked chitosan/gelatin membranes with Na<sup>+</sup> and pH dual-responsive controlled permeability</i> <i>(Y. Liu et al., 2021)</i>

#### 4.5 Tinjauan Islami

Gelatin berasal dari beberapa makhluk hidup yaitu diperoleh dari ikan, hewan ternak dan babi. Gelatin yang berasal dari babi sangat diharamkan dalam Islam, oleh karena itu hanya digunakan gelatin yang berasal dari ikan yang diperbolehkan dalam Islam.

Hal ini mengacu dalam QS Al-Maidah : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ  
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015).

Allah melarang bagi kalian hewan yang tidak disembelih dan dibunuh. Allah juga melarang bagi kalian darah yang mengucur, daging babi, hewan yang dikorbankan atas nama selain Allah, hewan yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh dari ketinggian, dipenggal oleh hewan lain, dan hewan yang diserang oleh hewan buas seperti singa, harimau dan serigala. Kecuali kalian menemukan hewan hidup dan menyembelinya, maka hewan itu halal bagimu. Allah juga melarang bagimu hewan yang dikorbankan untuk berhala. Allah juga melarang

bagimu mengetahui tujuanmu melalui tongkat kayu panjang, yang bisa berasal dari batu atau panah dengan tulisan “ lakukan” dan "tidak" lalu kata apa yang keluar, maka itulah yang diperbuat. Melakukan perilaku terlarang ini berarti telah berhenti menaati Allah. Hari ini, ketika orang kafir sudah berhenti untuk mengubahmu menjadi murtad. tatkala mereka melihat kekuatan Islam. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku saja. Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu agama Islam, dan telah Aku cukupkan bagi kalian nikmat-Ku untukmu bsik itu fitrah ataupun batin. Dan telah Aku kembalikan agama Islam sebagai agama kalian. Maka tidak akan menerima agama lain selain Islam. Barangsiapa yang kelaparan dan dipaksa memakan bangkai, tidak memiliki kecenderungan untuk malkukan kejahatan, maka tidak ada dosa bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Tafsir Al-Mukhtashar)

Terdapat pula dalam QS Al-Ma'idah : 96

أَجَلًا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*Terjemahnya:*

*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan” (Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015).*

Seruan dalam ayat al qur'an ini berkenaan dengan hewan buruan laut. Maksud dari ayat diatas bahwa, “Hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut adalah halal bagimu”. Makanan yang disebutkan pada ayat sebelumnya berarti makanan tersebut dapat diperoleh dari ikan yang ditangkap (Quraish, 2003).

Jalaluddin Muhammad Bin Ahmad memahami bahwa hewan buruan laut

adalah hewan yang hidupnya hanya di laut/di air, seperti ikan dan makanan (yang berasal) dari hewan laut adalah hewan laut yang mengapung atau yang terdampar dalam keadaan mati. Karena yang mengapung dan terapung tidak lagi diperoleh melalui berburunya. Beberapa orang memahami kata makanannya berarti yang diasinkan dan dikeringkan. Tidak ada larangan untuk berburu hewan laut dan sungai, karena hewan laut sangat melimpah (Shihab, 2003).

Dari penjelasan ayat tersebut semakin menjelaskan bahwa gelatin ataupun bahan yang dibuat dari sumber ikan ialah halal untuk dimanfaatkan karena sumber bahannya yaitu sisik dan tulang ikan dari ikan yang berdasarkan ayat diatas adalah halal.

Dan juga terdapat pada QS Al-A'raf :157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Terjemahnya:*

*“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015).*

Rahmat-Ku akan Aku utamakan bagi mereka yang mengikuti Muhammad saw. Rasul yang tak dapat membaca dan menulis, ciri-cirinya terdapat dalam Tawrât dan Injîl. Dia (Muhammad) selalu mengajak kebaikan. Ia juga sudah membolehkan baginya tiap hal yang bisa diterima secara naluriah dan manusia, dan melarang tiap yang ditolak oleh naluri manusia, seperti darah dan daging



busuk. Dia juga memusnahkan semua beban dan kesulitan yang mereka tanggung sebelumnya. Siapapun yang menegaskan pesan suci Allah yang dibawanya, dukung dan bela, dan menggunakan Al-Quran sebagai cahaya penuntun akan beruntung” sebaliknya, dia yang tidak percaya akan kalah (Shihab. 2003).

Ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan bagi manusia terdapat dalam QS Al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Terjemahnya:*

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

Wahai manusia, makanlah apa yang kami ciptakan di negeri dimana kami tidak memiliki hal-hal yang halal dan dilarang dan hal baik yang disukai orang. Jangan mengikuti jejak setan yang menggoda kalian dalam bentuk makanan halal menjadi haram. Kalian benar-benar tahu kebencian dan kejahatan setan (Shihab. 2003).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis artikel disimpulkan bahwa:

1. Pembentukan ikatan silang dilakukan dengan metode pencampuran yang dipengaruhi rasio gelatin dengan polimer CMC 1:1, DCMC 15:15, HPMC 4:4, gelatin dengan polimer kitosan 20:20, kitosan 0,03:0,03, Rasio lainnya Beberapa rasio pencampuran gelatin polimer tidak mengikuti pola rasio yang tetap, yaitu gelatin dengan CMC 80:20, pati 1,5:0,15, gelatin sapi dengan rasio 4:5, kitosan 8:1,6, kitosan dengan rasio 8:10, suhu yang digunakan adalah 25°C, 45°C, 50°C dan 70°C, pH yang digunakan adalah 4, 5,3 dan 5,5 dan 6 dan durasi pencampuran yang digunakan adalah 10 menit, 30 menit, 2 jam, 6 jam dan 48 jam
2. Jenis polimer yang dapat terikat silang dengan gelatin dan meningkatkan kualitasnya sesuai arah pengembangannya yaitu untuk kemasan makanan dengan menggunakan polimer *cellulose* yang digunakan pada konsentrasi 0,14%, 4%, 13% dan 17%, polimer CMC 20%, polimer pati teroksidasi 5%, polimer HPMC 4%, polimer DCMC 1 g, polimer kitosan 0,03 g dan 1,6 g, untuk bioadsorben rhodamin B dan pewarna metil violet dalam air dengan menggunakan polimer kitosan dengan konsentrasi 0,03 g, untuk film yang dapat dimakan dengan polimer pati 10% dan 50%, dan untuk rekayasa jaringan dengan polimer CMC 1%

#### 5.2 Saran

Pada penelitian studi literatur diperoleh beberapa jurnal yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas dari gelatin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2017 *Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Kulit dan Tulang Kaki Ayam Broiler (Gallus domesticus)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Astawan, M. dan T. Aviana. 2013. *Pengaruh Jenis Larutan Perendam serta Metode Pengeringan terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Fungsional Gelatin dari Kulit Cucut*. Seminar Nasional PATPI. Malang 30-31 Juni 2013
- Cao, W., Yan, J., Liu, C., Zhang, J., Wang, H., Gao, X., Yan, H., Niu, B., & Li, W. (2020). *Preparation and characterization of catechol-grafted chitosan/gelatin/modified chitosan-AgNP blend films*. In *Carbohydrate Polymers* (Issue June). Elsevier Ltd.
- Dash, R., Foston, M., & Ragauskas, A. J. (2013). *Improving the mechanical and thermal properties of gelatin hydrogels cross-linked by cellulose nanowhiskers*. *Carbohydrate Polymers*, 91(2), 638–645. ‘
- Deshmukh, K., Ahamed, M. B., Deshmukh, R. R., Pasha, S. K. K., & Bhagat, P. R. (2018). *Biopolymer Composites in Electronics 3 – Biopolymer Composites With High Dielectric Performance : Interface*. In *Biopolymer Composites in Electronics*.
- Erizal. 2013. *Quality gelatin with chitosan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Fakhreddin, S., Rezaei, M., Zandi, M., & Farahmand, F. (2013). *Preparation and functional properties of fish gelatin – chitosan blend edible films*. *Food Chemistry*, 136(3–4), 1490–1495.
- Farajzadeh, F., Motamed zadegan, A., & Shahidi, S. (2016). *The effect of chitosan-gelatin coating on the quality of shrimp ( Litopenaeus vannamei ) under refrigerated condition*. *Food Control*, 67, 163–170.
- Ghaderi, J., Fakhreddin, S., Keyvani, N., & Gómez-guillén, M. C. (2019). *Food Hydrocolloids Polymer blending effects on the physicochemical and structural features of the chitosan / poly ( vinyl alcohol )/ fish gelatin ternary biodegradable films*. *Food Hydrocolloids*, 95(April), 122–132.
- GMIA. (2019). *Standard testing methods for edible official procedures of the Gelatin Manufacturers*. January.
- Gumilar et, al. 2018 *Produksi dan Karakteristik Gelatin Halal Berbahan Dasar Usus Ayam*. Bandung: Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.

- Gürkan, T., Ateş, K., Bilgin, S., Duman, O., Özen, Ş., & Tunç, S. (2019). and Ag nanoparticle doped gelatin based electro-active hydrogel systems. *Colloids and Surfaces A*, 580(June), 123751.
- Hamzah, N., Fadhlurrahman, M., & Ningsi, S. (2019). *Profil Indeks Pengembangan Ikatan-Silang Gelatin-Kitosan Swelling Index Profile of Cross-link Gelatin-Chitosan*. 2(2).
- Irvan, M., Studi, P., Hasil, T., Perikanan, J., & Diponegoro, U. (2019). *Pengaruh Penambahan Gelatin Dari Kulit Ikan Yang Berbeda Terhadap Karakteristik Chikuwa*. 3(1), 78–93.
- Jahit, I. S., & Sarbon, N. M. (2016). *Preparation and physical properties of gelatin / CMC / chitosan composite films as affected by drying temperature Preparation and physical properties of gelatin / CMC / chitosan composite films as affected by drying temperature*. January.
- Jovanovic, G. D., Klaus, A. S., & Nikč, M. P. (2016). *Antimicrobial activity of chitosan coatings and films against Listeria monocytogenes on black radish*. xx.
- Jridi, M., Hajji, S., Ayed, H. Ben, Lassoued, I., Mbarek, A., Kammoun, M., Souissi, N., & Nasri, M. (2014). *Ac ce p te t. International Journal of Biological Macromolecules*.
- Liu, F., Liu, Y., Sun, Z., Wang, D., Wu, H., Du, L., & Wang, D. (2020). *International Journal of Biological Macromolecules Preparation and antibacterial properties of and polylysine-containing gelatin/chitosan nanofiber films*. 164, 3376–3387.
- Liu, Y., Cheong NG, S., Yu, J., & Tsai, W. B. (2019). Modification and crosslinking of gelatin-based biomaterials as tissue adhesives. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 174(November 2018), 316–323.
- Majid, S., Bukhari, H., Khan, S., Rehanullah, M., & Ranjha, N. M. (2015). *Synthesis and Characterization of Chemically Cross-Linked Acrylic Acid / Gelatin Hydrogels : Effect of pH and Composition on Swelling and Drug Release*. 2015.
- Masutani, E. M., Kinoshita, C. K., Tanaka, T. T., Ellison, A. K. D., & Yoza, B. A. (2014). Increasing thermal stability of gelatin by UV-induced cross-linking with glucose. *International Journal of Biomaterials*, 2014.
- Norziah, M. H. (2012). Food Hydrocolloids Starch and gelatin edible films : Water vapor permeability and mechanical properties as affected by plasticizers. *Food Hydrocolloids*, 26(1), 108–117.

- Nuvoli, L., Conte, P., Fadda, C., Ruiz, R., García, M., Baldino, S., & Mannu, A. (2020). *Structural , thermal , and mechanical properties of gelatin-based films integrated with tara gum*. October.
- Park, J., Nam, J., Yun, H., Jin, H., & Kwak, H. W. (2020). 1 P re of. *Carbohydrate Polymers*, 117317. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117317>
- Quraish, muhammad. (2003). *Tafsir Al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an* (lentera hati (ed.)
- Gobalakrishnan, M., Aranganathan, L., & Karthik, M. G. (2019). *Fabrication and characterization of chitosan based collagen/ gelatin composite scaffolds from big eye snapper Priacanthus hamrur skin for antimicrobial and antioxidant applications*. *Materials Science & Engineering C*, 110270.
- Ridhay, A., & Hardi, J. (2018). *Kajian ekstraksi gelatin dari tulang ikan mujair ( oreochromis mossambicus ) [ Studies on Extracting Gelatin From Fish Bones Tilapia ( Oreochromis mossambicus )]. ( 2008 ).*
- Rz, I. O., Perdana, F., & Nasution, A. Y. (2017). *perbandingan sifat gelatin yang berasal dari kulit ikan patin ( pangasius hypophthalmus ) dan gelatin yang . i, 1–8.*
- Said, M. I., Triatmojo, S., Erwanto, Y., & Fudholi, A. (2011). *karakteristik gelatin kulit kambing yang diproduksi characteristics of Goat Skin Gelatin That Produced Through Acid and Alkali Process*. 31(3), 190–200.
- Sarmast, E., Fallah, A. A., Habibian, S., & Ra, M. (2019). *International Journal of Biological Macromolecules Impact of glazing based on chitosan-gelatin incorporated with Persian lime ( Citrus latifolia ) peel essential oil on quality of rainbow trout fillets stored at super chilled condition*. 136, 316–323.
- Tong et, al. 2013. *Analisis Sifat Fisika, Kimia, dan Fungsional Gelatin yang Diekstrak dari Kulit dan Tulang Ikan Pari: Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor*
- Vedovatto, S., Facchini, J. C., Batista, R. K., Paim, T. C., Ismenia, M., Lionzo, Z., & Wink, M. R. (2020). *International Journal of Biological Macromolecules Development of chitosan , gelatin and liposome fi lm and analysis of its biocompatibility in vitro. International Journal of Biological Macromolecules*, 160, 750–757.
- Vshivkov, S. A., Soliman, T. S., Kluzhin, E. S., & Kapitanov, A. A. (2019). *Structure of poly ( acrylic acid ), poly ( methacrylic acid ) and gelatin solutions. Journal of Molecular Liquids*, 294, 111551.

- Wang, W., Wang, K., Xiao, J., Liu, Y., Zhao, Y., & Liu, A. (2017). *International Journal of Biological Macromolecules Performance of high amylose starch-composited gelatin films influenced by gelatinization and concentration*. *International Journal of Biological Macromolecules*, 94, 258–265.
- Yeddes, W., Djebali, K., Aidi, W., Horchani-naifer, K., & Hammami, M. (2020). *International Journal of Biological Macromolecules Gelatin-chitosan-pectin films incorporated with rosemary essential oil : Optimized formulation using mixture design and response surface methodology*. 154, 92–103.
- Zeng, L., Huang, X., Li & Xiong, Y. (2020). *A gelatin-treated carbon nanofiber / epoxy nanocomposite with significantly improved multifunctional properties*. *Materials Today Communications*, 24(February), 101006

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Pencarian Jurnal Sesuai Inklusi pada Database *Pubmed*

The screenshot shows the PubMed.gov search interface. The search query is "crosslinking gelatin with starch". The results page displays 75 results. A filter is applied: "Full text, Journal Article, in the last 10 years". The first result is titled "Preparation and characterization of broken-rice starch nanoparticles with different sizes." The citation is: Xiao H, Yang F, Lin Q, Zhang Q, Zhang L, Sun S, Han W, Liu GQ. *Int J Biol Macromol.* 2020 Oct 1;160:437-445. doi: 10.1016/j.jbiomac.2020.05.182. Epub 2020 May 27.

The screenshot shows the PubMed.gov search interface. The search query is "physical and chemical properties of gelatin with cellulose". The results page displays 50 results. A filter is applied: "Full text, Journal Article, in the last 10 years". The first result is titled "Structural and physical properties of carboxymethyl cellulose/gelatin films functionalized with antioxidant of bamboo leaves." The citation is: He B, Wang W, Song Y, Ou Y, Zhu J. *Int J Biol Macromol.* 2020 Dec 1;164:1649-1656. doi: 10.1016/j.jbiomac.2020.07.286. Epub 2020 Aug 3.


The screenshot shows the PubMed.gov search interface. The search query is "quality gelatin with chitosan". The results are sorted by "Best match" and show 37 results. A bar chart displays the distribution of results by year, with a peak in 2020. The first result is titled "Eugenol nanocapsules embedded with gelatin-chitosan for chilled pork preservation." by Wang Q, Zhang L, Ding W. The citation is: *Int J Biol Macromol.* 2020 Apr 26;158:837-844. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.182. Online ahead of print. PMID: 32548541.

Lampiran 2. Hasil Pencarian Jurnal Sesuai Inklusi pada Database *Science direct*


The screenshot shows the ScienceDirect search interface. The search query is "crosslinking gelatin with cellulose". The results are sorted by "relevance | date" and show 1,691 results. The first result is titled "Nano-biomaterials application: Morphology and physical properties of bacterial cellulose/gelatin composites via crosslinking" by Shih-Ta Chang, Li-Chen Chen, ... Hui-Huang Chen. The citation is: *Food Hydrocolloids*, May 2012, ...

The screenshot shows the ScienceDirect search interface. The search query is "crosslinking gelatin with starch". The results are sorted by "relevance | date" and show 1,517 results. The first result is titled "Gel properties of myofibrillar protein as affected by gelatinization and retrogradation behaviors of modified starches with different crosslinking and acetylation degrees" by Mingoong Fan, Qin Huang, ... Siming Zhao. The citation is: *Food Hydrocolloids*, 28 May 2019, ...



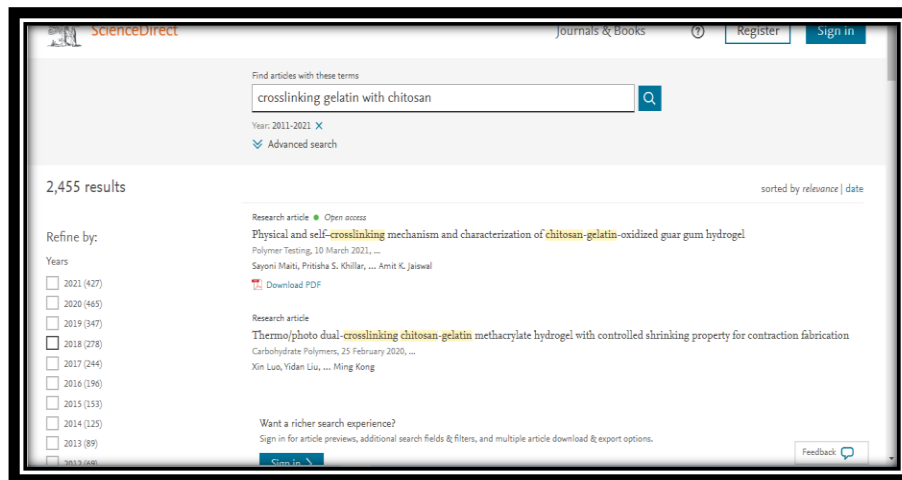

Lampiran 3. Hasil Pencarian Jurnal Sesuai Inklusi pada Database *Google scholar*



Google Cendekia

Artikel Sekitar 18.900 hasil (0,06 dtk) Profil saya Koleksiku

Kapan saja  
Sejak 2021  
Sejak 2020  
Sejak 2017  
Rentang khusus...  
2011 — 2021  
Telusuri

Urutkan menurut relevansi  
Urutkan menurut tanggal  
 sertakan paten  
 mencakup kutipan  
 Buat lansiran

**Improving the mechanical and thermal properties of gelatin hydrogels cross-linked by cellulose nanowhiskers**  
R Dash, M Foston, AJ Ragauskas - Carbohydrate polymers, 2013 - Elsevier  
... 35 °C), where breaking of the secondary bonding structure destroys the physical network ... the carbonyl band of oxidized nanowhisiker indicating the occurrence of chemical interaction between ... nanowhiskers; the amount of the unreacted free amines in the chemically cross-linked ...  
☆ 99 Dirujuk 220 kali Artikel terkait 5 versi

**Effect of xanthan gum on the physical and mechanical properties of gelatin-carboxymethyl cellulose film blends**  
MN Hazirah, MIN Isa, NM Sarbon - Food Packaging and Shelf Life, 2016 - Elsevier  
... amount of crosslinking (Yeo, Liu, Chang, Hsu, & Chen, 2004), chemical crosslinking can ... to formulate gelatin-CMC-xanthan gum blended films and determine the physical and mechanical ... showing that both film formulations had similar degrees of visible light barrier properties ...  
☆ 99 Dirujuk 85 kali Artikel terkait 4 versi

**Electrostatic interactions regulate the physical properties of gelatin-cellulose nanocrystals nanocomposite films intended for biodegradable packaging**  
LSF Laite, FKV Mareika, LHC Mattoso, J Bras - Food Hydrocolloids, 2021 - Elsevier  
Please enable JavaScript to use all the features on this page. Skip to main content Skip to article ...  
Download PDFDownload Advanced ... Electrostatic interactions regulate the physical properties of gelatin-cellulose nanocrystals nanocomposite films intended for biodegradable ...  
☆ 99 Dirujuk 2 kali Artikel terkait

Google Cendekia

Artikel Sekitar 20.600 hasil (0,07 dtk) Profil saya Koleksiku

Kapan saja  
Sejak 2021  
Sejak 2020  
Sejak 2017  
Rentang khusus...  
2011 — 2021  
Telusuri

Urutkan menurut relevansi  
Urutkan menurut tanggal  
 sertakan paten  
 mencakup kutipan  
 Buat lansiran

**Gelatin-chitosan composite films and edible coatings to enhance the quality of food products: Layer-by-Layer vs. blended formulations** [PDF] researchgate.net  
E Povorenov, B Butenberg, S Danino, B Horev, ... - Food and bioprocess ..., 2014 - Springer  
Two different approaches, blending and layer-by-layer electrostatic deposition (LBL), were utilized to combine two biopolymers, gelatin and chitosan, in edible films or coatings. The performance of the blended and LBL composite films and single-component gelatin and ...  
☆ 99 Dirujuk 45 kali Artikel terkait 8 versi

**Comparison of chitosan-gelatin composite and bilayer coating and film effect on the quality of refrigerated rainbow trout**  
F Nowzari, B Shabanpour, SM Ojaghi - Food chemistry, 2013 - Elsevier  
The effect of chitosan-gelatin coating and film on the rancidity development in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) filets during refrigerated storage (4±1 °C) was examined over a period of 16 days. Composite and bilayer coated and film wrapped fish samples were ...  
☆ 99 Dirujuk 191 kali Artikel terkait 10 versi

**The effect of chitosan-gelatin coating on the quality of shrimp (Litopenaeus vannamei) under refrigerated condition** [PDF] iauamol.ac.ir  
F Farajzadeh, A Motamedzadegan, SA Shahidi, ... - Food Control, 2016 - Elsevier  
The effect of a coating solution based mixture including gelatin and chitosan as natural preservatives was studied on the shelf-life of shrimp during 14 days at refrigerated condition. The coating increased the shelf-life of the shrimp by decreasing the total and psychrotrophic ...  
☆ 99 Dirujuk 75 kali Artikel terkait 6 versi

**Effects of gelatin origin, bovine-hide and tuna-skin, on the properties of compound gelatin-chitosan films** [PDF] csic.es

The screenshot shows a Google Scholar search for "crosslinking gelatin with starch". The search results are filtered to "Artikel" (Articles) and show approximately 16,100 results. The top results are:

- Gelatin and starch-based hydrogels. Part A: Hydrogel development, characterization and coating** [PDF] vub.be. Authors: I Van Nieuwenhove, A Salamon, K Peters. Published in *Carbohydrate*, 2016. Elsevier. Abstract: "... a **gelatin** phase or the combination of both a **starch** and a **gelatin** phase. In the latter case, these hydrogels are so-called interpenetrating polymer networks (IPNs) if the appropriate **crosslinking** strategy is applied ensuring both building blocks to be covalently **crosslinked** but not ..."
- Effect of transglutaminase induced crosslinking on the properties of starch-gelatin films**. Authors: AA Al-Hassan, MH Norziah. Published in *Food Packaging and Shelf Life*, 2017. Elsevier. Abstract: "This paper was to measure the effect of fish **gelatin** and Transglutaminase enzyme (TGs) on properties of sago **starch** and fish **gelatin** films. The concentration of glycerol was 30% of polymers (db) and the sago **starch** to fish **gelatin** ratios were (1: 0 and 3: 1) with TGs ..."
- Gelatin and starch-based hydrogels. Part B: in vitro mesenchymal stem cell behavior on the hydrogels**. Authors: I Van Nieuwenhove, A Salamon, S Adam. Published in *Carbohydrate*, 2017. Elsevier. Abstract: "In brief, two types of hydrogel films were developed and covalently **crosslinked** including **gelatin** ... The amount of **crosslinks** present in the **gelatin** hydrogels increases upon applying a higher DS ... 1. UV-crosslinking of methacrylamide-modified **gelatin** (A) and **starch**-pentanoate (B) ..."
- Influence of starch oxidation on the functionality of starch-gelatin based active films** [PDF] upv.es.

Lampiran 4. Abstrak seluruh artikel yang diseleksi

*J. Chem. Sci.* (2020)132:15  
<https://doi.org/10.1007/s12039-019-1700-z>  
 © Indian Academy of Sciences

**REGULAR ARTICLE**

**A hydrogel based on dialdehyde carboxymethyl cellulose-gelatin and its utilization as a bio adsorbent**

SAPNA SETHI<sup>a,\*</sup>, BALBIR SINGH KAITH<sup>b</sup>, MANDEEP KAUR<sup>a</sup>, NEERAJ SHARMA<sup>a</sup> and SADHIKA KHULLAR<sup>b,\*</sup>

<sup>a</sup>Department of Chemistry, DAV University, Jalandhar 144 012, Punjab, India  
<sup>b</sup>Department of Chemistry, Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar 144 011, Punjab, India  
 E-mail: sapna10062@davuniversity.org; khullars@nitj.ac.in

MS received 10 May 2019; revised 23 August 2019; accepted 30 August 2019

**Abstract.** In the present study, the dialdehyde carboxymethyl cellulose (DCMC) was cross-linked covalently to gelatin *via* the Schiff base reaction to form a three-dimensional hydrogel (DCMC-cl-G). The crosslinking degree of DCMC and gelatin was estimated to be  $50.31 \pm 2.65$ . The maximum swelling capacity of the hydrogel in aqueous medium was around 74 g/g at pH 10.0 and 37 °C with equilibrium swelling attained in three hours and the compressive strength of the hydrogel was found to be  $55 \pm 0.76$  kPa at 60% strain. The biodegradation studies confirmed 82.67% degradation of the hydrogel sample within a period of twelve weeks. Further, the hydrogel was evaluated as a bio adsorbent for the removal of hazardous dyes, namely Rhodamine B (RhB) and Methyl Violet (MV) from water due to its decent swelling capacity and good mechanical strength. The maximum percentage of RhB and MV removed from the respective dye solutions using DCMC-cl-G hydrogel was 96.5% and 90% at pH 6.0, respectively. Both dyes followed Langmuir adsorption isotherm, which considers monolayer adsorption of adsorbate over adsorbent, with a pseudo-second-order kinetic model.

**Keywords.** Eco-friendly; biodegradation; cross-linked; dye removal; natural polysaccharides.

BIOMAC-13863; No of Pages 13

International Journal of Biological Macromolecules xxx (xxxx) xxx

Contents lists available at ScienceDirect

**International Journal of Biological Macromolecules**

journal homepage: <http://www.elsevier.com/locate/ijbiomac>

**Hydroxypropyl methylcellulose-TiO<sub>2</sub> and gelatin-TiO<sub>2</sub> nanocomposite films: Physicochemical and structural properties**

Jéssica de Matos Fonseca <sup>a,\*</sup>, Germán Ayala Valencia <sup>a</sup>, Lenilton Santos Soares <sup>a</sup>, Marta Elisa Rosso Dotto <sup>b</sup>, Carlos Eduardo Maduro Campos <sup>c</sup>, Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira <sup>d</sup>, Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz <sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> Laboratory of Physical Properties of Foods, Chemical and Food Engineering Department, Federal University of Santa Catarina, UFSC, Brazil  
<sup>b</sup> Laboratory of Organic Optoelectronics and Anisotropic Systems, Physical Department, Federal University of Santa Catarina, UFSC, Brazil  
<sup>c</sup> Laboratory of X-ray Diffraction, Physical Department, Federal University of Santa Catarina, UFSC, Brazil  
<sup>d</sup> Laboratory of Energy and Environment, Chemical and Food Engineering Department, Federal University of Santa Catarina, UFSC, Brazil

**ARTICLE INFO**

**Article history:**  
 Received 29 July 2019  
 Received in revised form 28 October 2019  
 Accepted 8 November 2019  
 Available online xxx

**Keywords:**  
 Titanium dioxide  
 Biopolymer matrices  
 Dispersion

**ABSTRACT**

Photocatalytic properties of titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) have been widely studied. However, its tendency to aggregate in biopolymer-based nanocomposites limits its application for food packaging and has been less studied. The aim of this work was to study the dispersion of TiO<sub>2</sub> (0–2 wt%) incorporated in the hydroxypropyl methylcellulose (HPMC-TiO<sub>2</sub>) and gelatin (gelatin-TiO<sub>2</sub>) film forming solutions. Particle size and zeta potential of TiO<sub>2</sub> nanoparticles were investigated. Nanocomposite films were characterized as to the thickness, moisture content, solubility, color, absorption to the light, relative opacity, morphology, chemical composition, crystallinity, thermal and mechanical properties and water vapor permeability (WVP). TiO<sub>2</sub> nanoparticles showed better dispersion in acid medium than water. Moisture content, water solubility and WVP of the gelatin-TiO<sub>2</sub> films were influenced by the incorporation of TiO<sub>2</sub>, while HPMC-TiO<sub>2</sub> films were not. The increase of relative opacity of the films as TiO<sub>2</sub> was more attenuated for the gelatin-TiO<sub>2</sub> films due to lower TiO<sub>2</sub> aggregation in gelatin. Morphology, chemical composition, crystallinity and thermal properties of the films evidenced that TiO<sub>2</sub> was better dispersed in both matrices at 1 wt%. It was also concluded that TiO<sub>2</sub> aggregation generated more biphasic regions in HPMC than generated in gelatin, which caused a microstructural reorganization in the matrices.

© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.

**Carbohydrate Polymers**

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/carbpol](http://www.elsevier.com/locate/carbpol)

**Improving the mechanical and thermal properties of gelatin hydrogels cross-linked by cellulose nanowhiskers**

Rajalaxmi Dash, Marcus Foston, Arthur J. Ragauskas <sup>\*</sup>

School of Chemistry and Biochemistry, Institute of Paper Science and Technology, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332, USA

**ARTICLE INFO**

**Article history:**  
 Received 6 June 2012  
 Received in revised form 15 July 2012  
 Accepted 23 August 2012  
 Available online 30 August 2012

**Keywords:**  
 Hydrogels  
 Gelatin  
 Cellulose nanowhiskers  
 Periodate oxidation  
 Chemical cross-linking

**ABSTRACT**

This study demonstrates the preparation of a renewable and biocompatible hydrogel with superior mechanical properties consisting of a gelatin matrix cross-linked with oxidized cellulose nanowhiskers. We found an increased degree of chemical cross-linking (0.14–17%) between gelatin and nanowhiskers with the increased amount of aldehyde contents (0.062–0.230 mmol g<sup>-1</sup>). <sup>1</sup>H nuclear magnetic resonance (NMR) T<sub>2</sub> relaxation experiments on D<sub>2</sub>O swollen hydrogels demonstrated systems consisting of both gelatin and cellulose nanowhiskers displayed a higher percentage of “ridge” protons, attributed in part to increasing chemical cross-linking junction points between gelatin and nanowhiskers. This increase in hydrogel rigidity not only modified local chain dynamics but also influenced gel swelling, showing relatively reduced water uptake ability than that of the neat gelatin. Rheological measurements confirmed a 150% improvement in storage modulus (G') of the cross-linked hydrogels compared to neat gelatin. Chemical cross-linking also increased the resistance of the gels towards thermal degradation above the melting temperature of gelatin as observed by thermal scanning experiments.

© 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

**1. Introduction**

Hydrogels represent an interesting class of polymer networks, which have received a substantial amount of interest in pharmaceutical and biomedical applications including contact lens

Drake, Ross-Murphy, & Dreiss, 2011; Liao, Zhang, & Chen, 2009; Pena, de la Caba, Eceiza, Ruseckaite, & Mondragon, 2010). However, the application of gelatin is typically limited at higher temperature (above 35 °C), where breaking of the secondary bonding structure destroys the physical network. This leads to poor thermal and

### Abstract

In this work, we developed a novel enzymatically cross-linked injectable hydrogel composed of carboxymethyl cellulose (CMC), sulfated carboxymethyl cellulose (sCMC) and gelatin for delivery of infrapatellar fat pad derived MSCs and articular chondrocytes to a cartilage defect site while enabling TGF- $\beta$ 1 mediated chondrogenesis. The sCMC component in the hydrogel served the purpose of mimicking heparan sulfate and thus enabled strong binding with TGF- $\beta$ 1 and its consequential long term presentation to the encapsulated cells. We demonstrated that amongst CMC/sCMC/gelatin hydrogels cross-linked with 1 and 2 mM H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, the latter demonstrated significantly higher compressive modulus and supported better *in vitro* cartilage formation. Thereafter, we explored the utility of this system to present TGF- $\beta$ 1 to encapsulated cells for prolonged time period. It was observed that these hydrogels could sequester >90% of encapsulated TGF- $\beta$ 1 for at least 4 weeks. The encapsulated TGF- $\beta$ 1 was shown to be bioactive and supported significantly better cell survival over control hydrogels. Further, the TGF loaded hydrogels demonstrated good sulfated GAG and collagen deposition which was higher than control hydrogels and comparable to those treated with soluble TGF- $\beta$ 1 through media. Interestingly, incorporation of TGF- $\beta$ 1 in hydrogels not only enhanced the expression and deposition of hyaline cartilage markers, but it also significantly reduced the deposition of fibrocartilage and hypertrophy markers. Overall, it was concluded that TGF- $\beta$ 1 immobilized CMC/sCMC/gelatin injectable



Contents lists available at ScienceDirect

## Carbohydrate Polymers

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/carbpol](http://www.elsevier.com/locate/carbpol)



### Fabrication of double crosslinked chitosan/gelatin membranes with Na<sup>+</sup> and pH dual-responsive controlled permeability

Jin Liu<sup>a,1</sup>, Shunyi Wang<sup>a,1</sup>, Ke Xu<sup>a</sup>, Zaibi Fan<sup>a</sup>, Panpan Wang<sup>a</sup>, Zijun Xu<sup>a</sup>, Xueqin Ren<sup>a,b</sup>, Shuwen Hu<sup>a,c</sup>, Zideng Gao<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University, Beijing, 100193, PR China

<sup>b</sup> Beijing Key Laboratory of Farmland Soil Pollution Prevention and Remediation, China Agricultural University, Beijing, 100193, PR China

<sup>c</sup> Key Laboratory of Agricultural Land Quality, Ministry of Land and Resources of China, Beijing, 100193, PR China

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**  
chitosan/gelatin  
Double crosslinked  
Dual-responsive  
Controlled permeability  
Membrane


#### ABSTRACT

A double crosslinked membrane based on chitosan/gelatin with controlled release properties was synthesized in aqueous system using potassium pyroantimonate and genipin as the ionic crosslinker and covalent crosslinker, respectively. The membranes were characterized using FT-IR, UV-vis spectra, and SEM. In addition, the thermal stability, contact angle, mechanical and controlled release properties were measured. Double-crosslinking significantly improved the hydrophobicity, thermal stability, and tensile strength of the membrane. The permeabilities of various plant nutrients, including urea and plant growth regulators (PGRs), were evaluated. Under the optimized conditions, the lowest flux (J) of urea was 2.89 mg/(cm<sup>2</sup>·h). Urea and PGR release were sustained for up to 3 and 10 days, respectively. The release of agrochemicals in this study followed the Weibull model, demonstrating the Na<sup>+</sup>-responsive and pH-responsive permeability of the films. This dual-responsive film has potential applications in salinized barrier soil, water treatment, separations, and other membrane applications.

### Abstract

In this study, antibacterial nanofiber films were prepared by electrospinning gelatin, chitosan, and 3-phenyllactic acid (PLA). The addition of PLA improved the microstructures of the nanofibers, and the nanofiber films (GCP-1 and GCP-2) had uniform and continuous structures with a diameter range of 40-70 nm when the PLA concentrations in the polymers were 1% and 2%. Under acidic conditions, chitosan and PLA interacted and formed hydrogen bonds, which decreased the crystallinity of the nanofiber films. The GCP-2 nanofiber film had the best thermal stability, water stability, and water vapor permeability. Compared with the control GCP-0 film, the four nanofiber films with PLA (GCP-1, GCP-2, GCP-3, and GCP-4) had more effective antibacterial effects, and GCP-2 film reduced approximately 4 log CFU/mL of *Salmonella enterica* Enteritidis and *Staphylococcus aureus* in 30 min. Results suggested that the GCP-2 nanofiber film may be used as an active food packaging.

**Keywords:** chitosan; 3-phenylacetic acid; antibacterial; nanofiber films; food packaging





ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

**International Journal of Biological Macromolecules**

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/ijbiomac](http://www.elsevier.com/locate/ijbiomac)





**Performance of high amylose starch-composited gelatin films influenced by gelatinization and concentration**

Wenhang Wang<sup>a,b,\*</sup>, Kun Wang<sup>a,b</sup>, Jingdong Xiao<sup>a,b</sup>, Yaowei Liu<sup>a,b</sup>, Yana Zhao<sup>a,b</sup>, Anjun Liu<sup>a,b,\*</sup>

<sup>a</sup> Key Laboratory of Food Nutrition and Safety, Ministry of Education, College of Food Engineering and Biotechnology, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300457, China  
<sup>b</sup> Tianjin Food Safety & Low Carbon Manufacturing Collaborative Innovation Center, Tianjin 300457, China

---

**ARTICLE INFO**


*Article history:*  
Received 17 February 2016  
Received in revised form 29 September 2016  
Accepted 5 October 2016  
Available online 11 October 2016

*Keywords:*  
Gelatin  
High amylose starch  
Edible film

**ABSTRACT**


In order to study the impact of starch in film performance, high amylose corn starch was composited in gelatin films under different gelatinization conditions and, in high and low concentrations (10 and 50 wt.%). It was found that hot water gelatinized starch (Gel-Shw) increased film mechanical strength and was dependent upon the starch concentration. The addition of an alkali component to the starch significantly enhanced the swelling of the starch granules and expedited the gelatinization process. Incorporation of starch, especially the alkalinized starch (Sha), into the gelatin films decreased film solubility which improved its water resistance and water vapor permeability (WVP). Multiple techniques (DSC, TGA, FT-IR, and XRD) were used to characterize the process and results, including the crosslinking of the dissolved starch molecules and the particles formed from gelatinized starch during retrogradation process, which played an important role in improving the thermal stability of the composited gelatin films. Overall, the starch-gelatin composition provides a potential approach to improve gelatin film performance and benefit its applications in the food industry.

© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.



**Materials Science & Engineering C**

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/msec](http://www.elsevier.com/locate/msec)



---

### Alginate/gelatin blended hydrogel fibers cross-linked by Ca<sup>2+</sup> and oxidized starch: Preparation and properties

Quan-Quan Wang<sup>a</sup>, Yun Liu<sup>a,b,c,\*</sup>, Chuan-Jie Zhang<sup>b</sup>, Chuan Zhang<sup>b</sup>, Ping Zhu<sup>a,c,\*</sup>

<sup>a</sup> College of Textiles and Clothing, Institute of Functional Textiles and Advanced Materials, Qingdao University, Qingdao Road, 308, Qingdao 266071, China  
<sup>b</sup> College of Chemistry and Chemical Engineering, Wuhan Textile University, Fangshi Road, 1, Wuhan 430073, China



---

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**  
 Alginate/gelatin blended hydrogel fibers  
 Mechanical properties  
 Swelling properties  
 Water absorption and retention properties

**ABSTRACT**


Alginate/gelatin blended hydrogel fibers were successfully prepared based on sodium alginate cross-linked by Ca<sup>2+</sup> and gelatin cross-linked by oxidized starch through the wet spinning process. The structure, surface morphologies, swelling properties of alginate hydrogel fibers and alginate/gelatin blended hydrogel fibers were examined by Fourier transform infrared analysis (FTIR), cross-linking degree test, element analysis test and scanning electron microscopy (SEM). While mechanical properties test, water absorption and retention properties test provide the mechanical, water absorption and retention properties. FTIR, cross-linking degree and element analysis results indicate that there is gelatin remaining in alginate/gelatin blended hydrogel fibers. However, the cross-linking of gelatin by oxidized starch is not completed with some dissociative gelatin solvated in the coagulation bath. Among the mentioned fibers, F31.022 is the best to improve the properties of alginate/gelatin blended hydrogel fibers with an optimal mass ratio of sodium and gelatin. The excessive additive amount of gelatin leads to the aggregation of gelatin in alginate/gelatin blended hydrogel fibers, making the worse compatibility between alginate and gelatin. It also destroys the mechanical properties of alginate/gelatin blended hydrogel fibers. These alginate/gelatin blended hydrogel fibers might have a potential application in the biomedical fields.

---


**1. Introduction**

Hydrogels can maintain a great deal of water in their structures and are widely applied in a range of biomedical and pharmaceutical applications [1]. Some synthetic polymers, such as cross-linked poly(ethylene glycol) (PEG) [2], poly(hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) [3] and poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) [4], are used for hydrogels through the wet-spinning process. These fibers can be used for knitted fabrics or directly chopped for use in nonwoven materials [13]. Alginate nonwoven materials can form hydrogels and have been applied for active agents because of its biocompatibility, biodegradability and nontoxicity features [14]. However, compared with the traditional biomedical materials, the high cost of alginate materials in China hinders its application in biomedical fields. During past decades, increasing

fibers through the wet-spinning process. These fibers can be used for knitted fabrics or directly chopped for use in nonwoven materials [13]. Alginate nonwoven materials can form hydrogels and have been applied for active agents because of its biocompatibility, biodegradability and nontoxicity features [14]. However, compared with the traditional biomedical materials, the high cost of alginate materials in China hinders its application in biomedical fields. During past decades, increasing




**Physicochemical properties of gelatin films containing tea polyphenol-loaded chitosan nanoparticles generated by electrospray**



Yihao Wang<sup>a,1</sup>, Rong Zhang<sup>a,1</sup>, Wen Qin<sup>a</sup>, Jianwu Dai<sup>b</sup>, Qing Zhang<sup>a</sup>, Kanglu Lee<sup>c,d,\*</sup>, Yaowen Liu<sup>a,c,d,\*</sup>

<sup>a</sup> College of Food Science, Sichuan Agricultural University, Yuan, 625014, China  
<sup>b</sup> College of Mechanical and Electrical Engineering, Sichuan Agricultural University, Ya'an, 625014, China  
<sup>c</sup> California NanoSystems Institute, University of California, Los Angeles, CA, 90095, USA  
<sup>d</sup> Department of Bioengineering, University of California, Los Angeles, CA, 90095, USA




---

**HIGHLIGHTS**

- An innovative electrospray method was developed to fabricate CS-TP nanoparticles.
- CS-TP nanoparticles on the properties of the GEL/CS-TP composite films were studied.
- GEL/CS-TP composite films can prolong the stability of an easily oxidizable food.

**GRAPHICAL ABSTRACT**



---

**ARTICLE INFO**


**Article history:**  
 Received 28 August 2019  
 Received in revised form 12 October 2019  
 Accepted 14 October 2019  
 Available online 16 October 2019

**Keywords:**  
 Gelatin  
 Chitosan  
 Tea polyphenols  
 Composite films

**ABSTRACT**

In this study, gelatin (GEL) extracted from grass carp and tea polyphenols (TP) were encapsulated in chitosan (CS) nanoparticles using an innovative electrospray based ionic gelation method. CS-TP nanoparticles were fully optimized in terms of encapsulation efficiency and polydispersity. The average diameter of the optimal CS-TP nanoparticles was 205 ± 14 nm, and encapsulation efficiency of 66.7% ± 9.9% was achieved. The effects of CS-TP nanoparticles on the physicochemical properties of the GEL/CS-TP composite films were studied. Our results showed that the combination of CS-TP and grass carp gelatin (GEL) can not only weaken the strong interaction between GEL and TP, but also improved the swelling and mechanical properties of GEL. Furthermore, GEL/CS-TP30% composite film showed strong barrier and good mechanical properties, low UV transmission, exhibited high free radical-scavenging ability and prolonged the stability of an easily oxidizable oil for over 14 days, making it a suitable film for use as an edible packaging material.

© 2019 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).




FI SEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](http://www.elsevier.com/locate/foodpackaging)

**Food Packaging and Shelf Life**

journal homepage: <http://www.elsevier.com/locate/fpsl>




---

## Effect of xanthan gum on the physical and mechanical properties of gelatin-carboxymethyl cellulose film blends

M.A.S.P. Nur Hazirah<sup>a</sup>, M.I.N. Isa<sup>b</sup>, N.M. Sarbon<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup> School of Food Science and Technology, Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia  
<sup>b</sup> School of Fundamental Science, Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia

 CrossMark

---

**ARTICLE INFO**

---

*Article history:*  
 Received 27 August 2015  
 Received in revised form 4 May 2016  
 Accepted 20 May 2016  
 Available online 5 June 2016

---

*Keywords:*  
 Gelatin  
 Carboxymethyl cellulose  
 Xanthan gum  
 Blended films  
 Physical properties  
 Mechanical properties

**ABSTRACT**

---

The aim of this study is to develop composite edible films from three different polymers to induce cross-link reactions that improved the quality of films made from two polymer types. Gelatin-carboxymethyl cellulose (CMC)-xanthan gum films were prepared by casting to study effects from the addition of different concentrations (0, 5, 10, 15, 20 and 25%, w/w solid) of xanthan gum to gelatin-CMC film. Physical and mechanical properties of the respective films were evaluated. The addition of xanthan gum increased the thickness, moisture content and water vapour permeability of gelatin-CMC film ( $p < 0.05$ ). Furthermore, Ultraviolet (UV) light shielding increased along with reduced visible light transparency ( $p < 0.05$ ) and increased thermal stability ( $T_g$ ) ( $p < 0.05$ ). No new functional groups formed although slight shifts in intensity values by Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy were observed. X-ray diffraction (XRD) analysis showed a diminished crystalline peak. The resulted films also demonstrated lower tensile strength with diminished elongation at the break point, as well as higher puncture force and lower puncture deformation, indicating higher puncture resistance than comparable gelatin-CMC film. Overall, gelatin-CMC film with xanthan gum (5%, w/w solid) demonstrated improved physical and mechanical properties more than films prepared from comparable formulations.

© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.



## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Penulis bernama lengkap Dinda Nuralifiah yang akrab disapa Dinda. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Sudarmin dan Muspidah. Penulis lahir di Makassar pada tanggal 05 Agustus 2000. Penulis memulai pendidikan dengan masuk di TK Gersamata.

Kemudian melanjutkan pendidikan dengan masuk di SDN 1 Lapai selama 6 tahun dan SMPN 1 Ngapa selama 3 tahun, setelah tamat kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke SMKN 1 Watunohu dan kuliah di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.