

STUDI LITERATUR
SINTESIS DAN KARAKTERISASI NA CMC DARI TUMBUHAN



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

DURROTUN NASIHAH
NIM : 70100116013

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Durrotun Nasihah
NIM : 70100116013
Tempat/tgl. Lahir : Bekasi, 09 September 1998
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Macanda
Judul : Studi Literatur Sintesis dan Karakterisasi Na CMC
dari Tumbuhan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2022

Peneliti,

DURROTUN NASIHAH

NIM: 70100116013


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Studi Literatur Sintesis dan Karakterisasi Na CMC dari Tumbuhan*" yang disusun oleh Durrotun Nashih NIM: 70100116013, Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UTN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 8 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 8 Agustus 2022 M
10 Muharram 1442 H


DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes.
Sekretaris : apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si
Pembimbing I : apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si
Pembimbing II : Nur Syamsi Dhaha, S.Si., M.Si
Penguji I : apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si
Penguji II : Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., MA

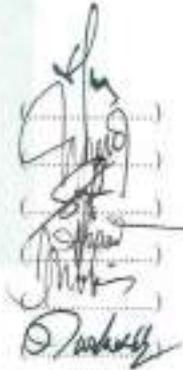

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UTN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes

NIP : 19800701200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْلَمًا شَرَفًا لِأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِهَا جَمَعَيْنَا مَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan banyak rahmat, hidayah dan kesehatan kepada peneliti, sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad saw., yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi dan pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Studi Literatur Sintesis dan Karakterisasi Na CMC dari Tumbuhan” ini salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Peneliti menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti telah melewati banyak hambatan dan kesulitan, namun atas bantuan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak sehingga membuat penulis merasa termotivasi dan kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tersayang, Ibunda Siti Nurma dan Ayahanda Bustan, SE yang telah mengingatkan dan terus memberi dukungan baik moril dan materi yang tak henti-hentinya. Kepada adikku Ridha Diningsih dan Salsabila Yuniarti yang selalu memberikan dukungan berupa semangat dan doa. Beserta keluarga besar terima kasih atas doa-doa yang telah diberikan semoga Allah swt. senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada.

Melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardani, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi arahan dan semangat dalam proses studi perkuliahan di jurusan farmasi
12. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si dan Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
14. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc, MA., selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi, atas ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.
16. Kepada teman-teman DI60XIN Farmasi 2016 yang selalu menyemangati dan mendoakan selama ini
17. Kepada Nur Rahimah, Sarmila, Fitriani, Nurwana, Insyirah Syam, Jasmin Kaimudin dan Kak Afriadin yang telah banyak membantu baik moril maupun material.

Peneliti menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan peneliti sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Gowa, Agustus 2022

Peneliti

Durrotun Nasihah
NIM. 70100116013

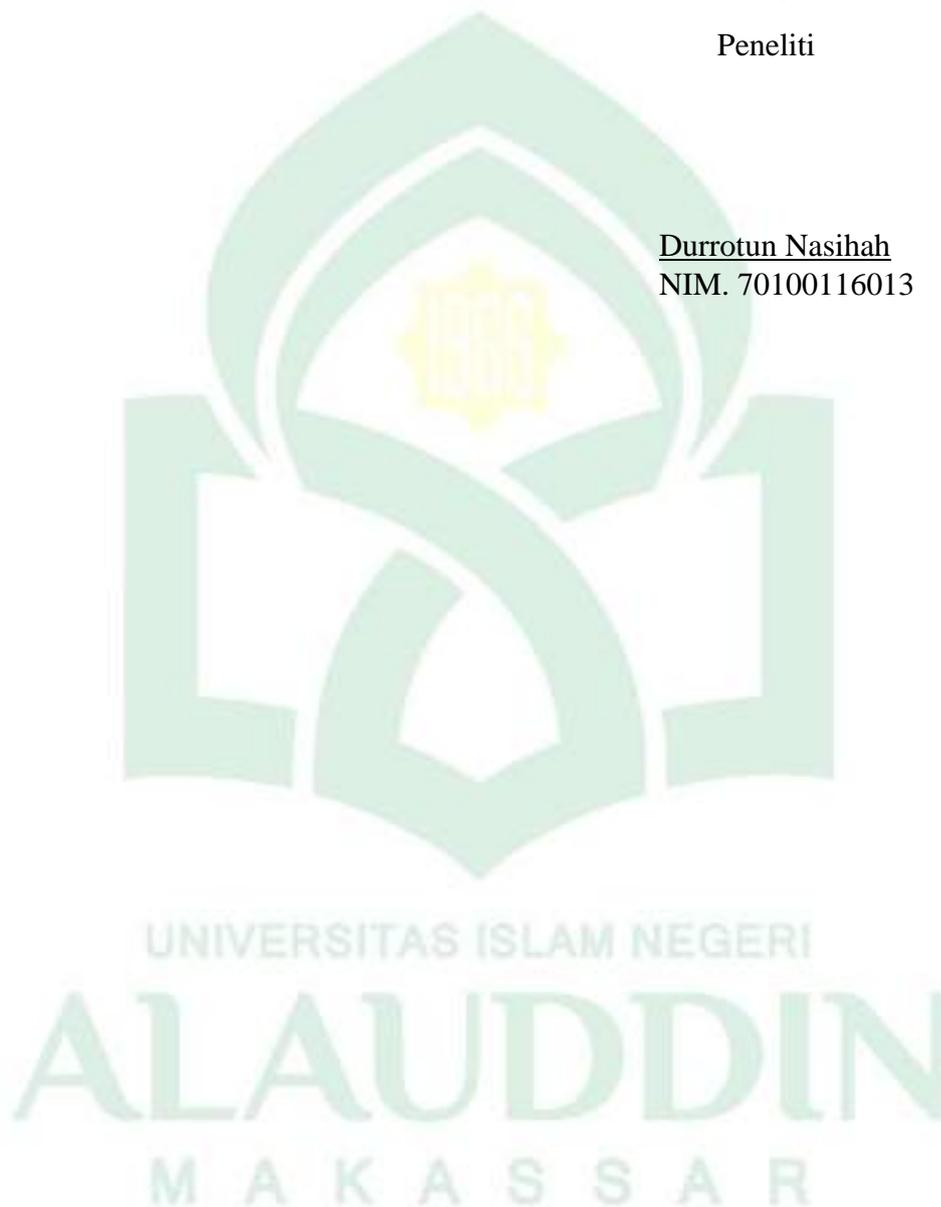

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	xiii
ABSTRACT (ENGLISH).....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2 METODE.....	6
2.1 Strategi Pencarian Literatur	6
2.1.1 Framework PICO.....	6
2.1.2 Kata Kunci (Keyword)	9
2.1.3 Search Engines	9
2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal	9
2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas	11
2.3.1 Hasil Pencarian dan Penyeleksian Jurnal	11
2.3.2 Daftar Jurnal Hasil Pencarian	12

BAB 3 HASIL DAN ANALISIS.....	15
3.1 Hasil.....	15
3.2 Analisis	15
BAB 4 PEMBAHASAN.....	54
4.1 Selulosa.....	54
4.1.1 Definisi Selulosa.....	54
4.1.2 Jenis Selulosa.....	56
4.1.3 Sifat Selulosa	57
4.1.4 Ekstraksi dan Isolasi Selulosa.....	57
4.1.5 Kadar Selulosa	73
4.2 Natrium Karaboksimetil Selulosa (Na CMC)	74
4.2.1 Definisi Na CMC.....	74
4.2.2 Fungsi Na CMC.....	75
4.2.3 Sintesis Na CMC	75
4.2.4 Hasil Sintesis	86
4.2.5 Karakterisasi Na CMC	87
4.3 Tinjauan Islam tentang Pemanfaatan Tumbuhan	106
BAB 5 PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	121
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metode PICO Penelitian.....	7
Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	9
Tabel 3. Jumlah Seleksi Jurnal.....	11
Tabel 4. Hasil Pencarian Jurnal.....	12
Tabel 5. Hasil Analisis PICO.....	15
Tabel 6. Metode Ekstraksi dan Isolasi	59
Tabel 7. Pengeringan dan Ukuran Ayakan Serbuk.	61
Tabel 8. Penggunaan Pelarut pada Tahap <i>Dewaxing</i>	64
Tabel 9. Penggunaan Pelarut pada Tahap Delignifikasi	66
Tabel 10. Penggunaan Pelarut pada Tahap Dehemicelulosa.....	69
Tabel 11. Penggunaan Pelarut pada Tahap <i>Bleaching</i>	71
Tabel 12. Kadar Selulosa	73
Tabel 13. Fungsi Na CMC	75
Tabel 14. Tahap Alkalisasi.....	79
Tabel 15. Tahap Karboksimetilasi	83
Tabel 16. Tahap pemisahan produk samping.....	84
Tabel 17 Hasil Sintesis.....	86
Tabel 18. Hasil Karakterisasi Uji Organoleptik.....	87
Tabel 19. Hasil Karakterisasi Uji Derajat Substitusi.....	89
Tabel 20. Jenis-jenis Viskositas	95
Tabel 21. Serapan Absorbansi Na CMC pada FTIR.....	97


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian	8
Gambar 2. Struktur Selulosa	54
Gambar 3. Struktur Lignoselulosa	55
Gambar 4. Struktur Na CMC	74
Gambar 5. Struktur Natrium Glikolat	76
Gambar 6. Spektrum FTIR Na CMC Baku.....	97
Gambar 7. Spektrum FTIR Hasil Sintesis dari Batang Alang-alang	97
Gambar 8. Spektrum FTIR dari Inframerah Eceng Gondok.....	99
Gambar 9. Spektrum FTIR dari Kulit Kacang Tanah	100
Gambar 10. Hasil pengamatan SEM.....	102
Gambar 11. Analisis hasil SEM-EDX	103
Gambar 12. Hasil pengamatan XRD.....	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil pencarian Google Scholar	121
Lampiran 2. Hasil pencarian ScienceDirect.....	125
Lampiran 3. Hasil pencarian PubMed.....	126
Lampiran 4. Jurnal analisis	127

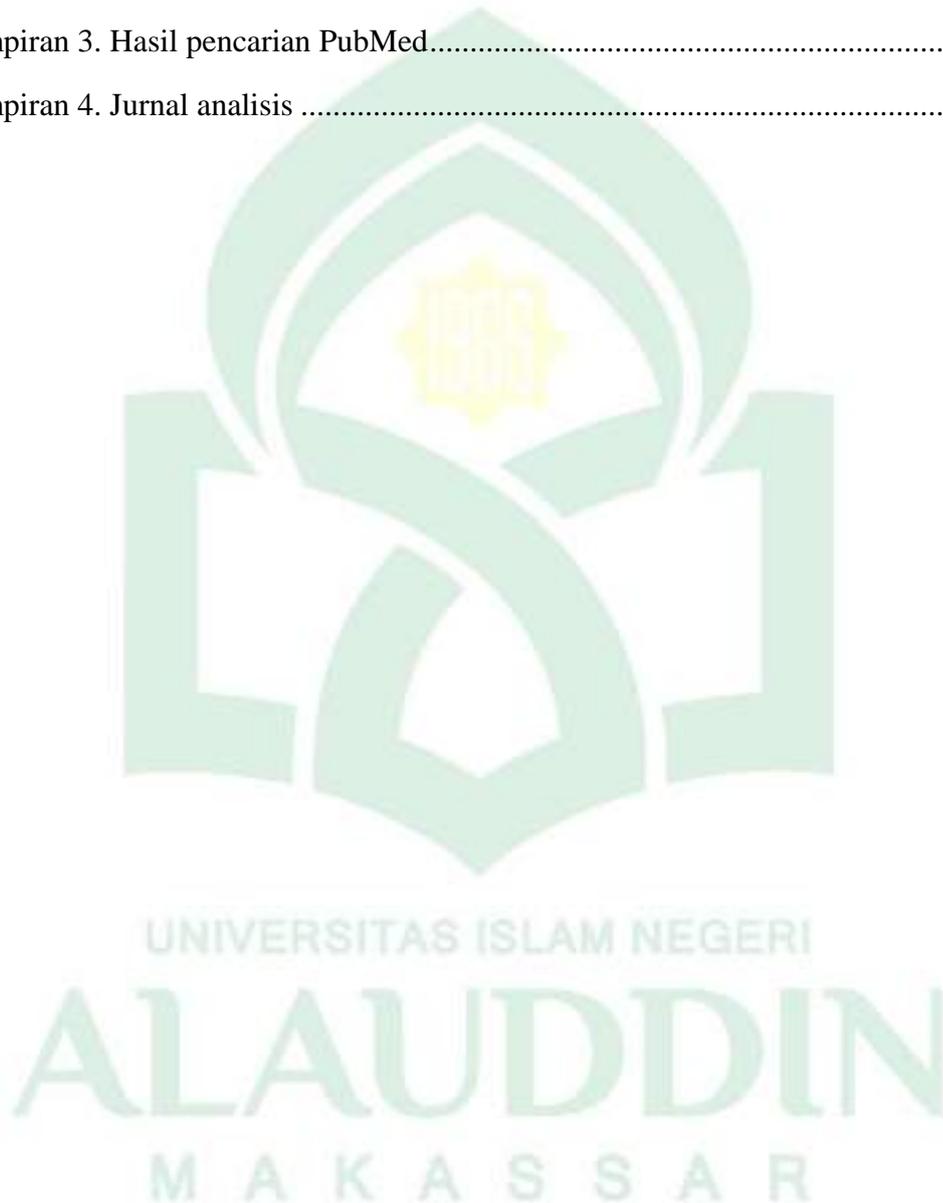

ABSTRAK

Nama : Durrotun Nasihah
Nim : 70100116013
Judul : Studi Literatur Sintesis dan Karakterisasi Na CMC dari
Tumbuhan

Pemenuhan kebutuhan *Sodium Carboxymethyl Cellulose* (Na CMC) yang sangat besar dalam negeri, sehingga perlu adanya inovasi untuk mensintesis Na CMC dari tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kadar selulosa tumbuhan yang dijadikan Na CMC, mengetahui proses ekstraksi selulosa tumbuhan, proses sintesis serta parameter dalam pengujian karakterisasi Na CMC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan framework PICO, penelusuran literatur dilakukan secara online menggunakan pencarian *Google Scholar, PubMed, ScienceDirect* dengan kata kunci *Synthesis and Characterization of Na CMC, Utilization of Na CMC, Sintesis dan Karakterisasi Na CMC, dan Pemanfaatan Na CMC*, diinklusi dan eksklusi sesuai tema penelitian, sehingga diperoleh 14 jurnal. Hasil analisis diperoleh bahwa kadar selulosa tumbuhan yang dapat dijadikan Na CMC diantaranya; Kulit Kacang Tanah (64,42 %), Kulit Singkong (80-85 %), Batang Alang-alang (96,7%), Batang dan Daun Eceng Gondok (15,27%-89,0%), Kulit buah coklat (63,34%), Linter Kapas (61-65%), Serabut Kelapa sawit (85,39%), Batang Bambu Betung (83,80%), dan Batang Rumput Gajah (67,68%). Proses ekstraksi selulosa yang digunakan yaitu preparasi tumbuhan, pre-hidrolisis, *dewaxing*, delignifikasi, dehemiselulosa, dan *bleaching*. Proses Sintesis Na CMC dimulai dari alkalisasi, karboksimetilasi, netralisasi, pemisahan produk samping, penyaringan, dan pemurnian menggunakan reagen alkalisasi, karboksimetilasi dan pelarut yang sesuai, sedangkan parameter untuk pengujian karakterisasi Na CMC yaitu organoleptik, derajat substitusi, pH, viskositas, uji kadar NaCl dan kemurnian, Kelarutan, Uji kualitas pembentukan warna, analisis kualitatif, kerapatan mampat, *bulk density*, rata-rata distribusi ukuran partikel, pembentukan endapan, suhu leleh, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, identifikasi natrium dan kadar, foam test, WHC, OHC, analisis *sweeling*, gugus fungsi FTIR, analisis SEM, serta analisis XRD.

Kata Kunci : Na CMC, Kadar selulosa, Sintesis, Karakterisasi

ABSTRACT

Name : Durrotun Nasihah
Number : 70100116013
Title : Literature Study of Synthesis and Characterization of Na CMC
from Plants

Fulfilling the very large domestic demand for Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na CMC), so there is a need for innovation to synthesize Na CMC from plants. This study aims to determine how much plant cellulose content is used as Na CMC, to know the extraction process of plant cellulose, the synthesis process and the parameters in testing the characterization of Na CMC. This study uses a literature study research method with the PICO framework, literature searches are carried out online using Google Scholar, PubMed, ScienceDirect searches with the keywords Synthesis and Characterization of Na CMC, Utilization of Na CMC, Synthesis and Characterization of Na CMC, and Utilization of Na CMC, were included and excluded according to the research theme, in order to obtain 14 journals. The results of the analysis showed that the levels of plant cellulose that can be used as Na CMC include; Peanut Skin (64.42 %), Cassava Peel (80-85 %), Alang-alang Stem (96.7%), Water Hyacinth Stem and Leaves (15.27%-89.0%), Cocoa Fruit Skin (63.34%), Cotton Linters (61-65%), Oil Palm Fibers (85.39%), Bamboo Betung Trunks (83.80%) and Elephant Grass Trunks (67.68%). The cellulose extraction process used is plant preparation, pre-hydrolysis, dewaxing, delignification, dehemicellulose, and bleaching. The Na CMC synthesis process starts from alkalization, carboxymethylation, neutralization, separation of by-products, filtering, and purification using alkalizing reagents, carboxymethylation and suitable solvents, while the parameters for testing the characterization of Na CMC are organoleptic, degree of substitution, pH, viscosity, NaCl level test. and purity, Solubility, Color formation quality test, qualitative analysis, incompressible density, bulk density, average particle size distribution, precipitate formation, melting temperature, water content, ash content, drying shrinkage, identification of sodium and content, foam test, WHC, OHC, swelling analysis, FTIR functional group, SEM analysis, and XRD analysis.

Keywords: Na CMC, Cellulose content, Synthesis, Characterization

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang Masalah*

Industri farmasi merupakan salah satu dari industri manufaktur non migas dengan pendapatan/pemasukan keempat terbanyak untuk perekonomian Indonesia. Bahkan di saat angka COVID-19 sedang naiknya saat itu, pendapatan industri farmasi masih stabil bahkan lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur non migas lainnya. Data dari (BPOM, 2020) terdapat 227 industri farmasi diantaranya, 4 industri Tentara Nasional Indonesia (TNI), 8 industri BUMN, 48 industri dari luar negeri (PMA), dan industri farmasi dari dalam negeri (PMDN) sebanyak 167. Dari 227 industri tersebut, hanya 7 industri (kurang dari 4 %) yang menghasilkan sendiri produk bahan baku obat (bahan aktif dan bahan tambahan) sisanya masih bahan baku dari luar (impor) hingga sekarang ini. Sekitar 95% bahan baku di impor berasal dari negara India, Cina dan kawasan Eropa. Besarnya pengimporan bahan baku obat sangat memprihatinkan industri farmasi di dalam negeri (Christianingrum, 2021).

Salah satu bahan tambahan (eksipten) yang masih diimpor dari negara lain adalah Na CMC (*Natrium Carboxymethylcellulose*). Mengutip dari data statistik perdagangan luar negeri dibulan Agustus 2021 bahwa Na CMC diimpor kurang lebih 450.000 kg dengan anggaran sebesar 3.3 juta US\$ (BPS, 2021). Jadi, apabila dikalkulasi pertahunnya mencapai 4000 ton dengan anggaran sekitar 24 juta US\$, ini artinya neraca perdagangan negara menjadi semakin defisit. Walaupun industri sendiri telah memproduksi Na CMC, tetapi rata-rata produksi Na CMC di Indonesia masih kurang. Berdasarkan hal ini untuk memenuhi kebutuhan Na CMC dalam pengembangan industri dan perekonomian Indonesia, diperlukan

inovasi dalam pengembangan Na CMC dengan memanfaatkan biodiversitas Indonesia dari tumbuhan.

Natrium *Carboxymethyl Cellulose* (Na CMC) atau Natrium Karboksimetil Selulosa merupakan salah satu senyawa modifikasi selulosa yang banyak digunakan dan dibutuhkan. Dalam industri farmasi, Na CMC berfungsi sebagai agen pengikat (*binder*), agen penyalut, agen penghancur (*desintegan*), agen pensuspensi, dan *agen* stabilisator. Dalam pembuatan formulasi sediaan, Na CMC adalah pilihan penting dalam pembuatan formulasi sediaan oral dan sediaan topikal di karenakan sifatnya yang dapat meningkatkan kekentalan (*viskositas*) (Rowe et al., 2009). Na CMC juga digunakan dalam pembuatan *edible film* (Tufan et al., 2016). Bukan hanya di industri farmasi, kegunaan Na CMC juga dibutuhkan di berbagai industri lainnya seperti kosmetik, makanan, kertas, pengeboran (minyak dan gas), industri pangan dan tekstil (Nur et al., 2016).

Na CMC memiliki sifat mudah hancur, mudah rapuh, berwarna putih, tidak berbau, tidak beracun, berbentuk butiran atau bubuk halus yang larut dalam air (panas atau dingin) dan tidak larut dalam larutan organik (Wijaya et al., 2013).

Dalam tahap Pembuatan Na CMC ada 2 tahap yang mempengaruhi dan menentukan kualitas Na CMC yaitu proses dan agen alkalisasi dan karboksimetilasi. Proses pertama dilakukan yaitu proses alkalisasi bertujuan mengaktifkan kelompok Hidroksil (OH) pada molekul selulosa menggunakan basa Natrium hidroksida (NaOH) yang berfungsi untuk mengembangkan selulosa, dan mempercepat difusi reaksi karboksimetilasi. Lalu tahap kedua dilakukan reaksi karbosimetilasi. Tahap karboksimetilasi digunakan asam monokloroasetat (CH_2ClCOOH) ataupun bentuk garam lainnya. Selain itu, faktor lain yang menentukan kualitas Na CMC yaitu derajat subsitusi, viskositas, pH sediaan. Dalam hal ini jumlah penggunaan natrium monokloroasetat ($\text{CH}_3\text{ClCOONa}$),

waktu reaksi dan temperatur (suhu) mempengaruhi dari proses sintesis dan karakterisasi Na CMC (Safitri et al., 2016).

Selulosa merupakan salah satu sumber daya hayati paling melimpah yang letaknya dalam tumbuhan di bagian utama penyusunan dinding sel. Selulosa merupakan bagian dari karbohidrat jenis polisakarida terdiri dari polimer-polimer puluhan hingga ratusan ribu berbentuk rantai linear dihubungkan ikatan 1,4- β -glukopirone. Sebagian selulosa diperoleh secara murni seperti dalam biji kapas, tetapi sebagian besar masih terdapat hemiselulosa dan lignin dalam sel tumbuhan. Selulosa juga dapat ditemukan selain dari tumbuhan berkayu bahkan dari dari *non* berkayu seperti pada tangkai daun, pelepah, kulit kayu, maupun serabut. Keberadaannya yang melimpah dan memiliki kadar selulosa yang tinggi dapat dimanfaatkan dalam berbagai pengaplikasian, salah satunya Na CMC (Asmoro et al., 2018).

Na CMC terlebih dahulu disintesis untuk dapat menghasilkan produknya. Cara mensintesis Na CMC telah dicoba dari sejak dulu. Awalnya Na CMC disintesis dari selulosa tumbuhan berkayu, yang kandungan selulosanya sekitar 42-47%. Kemudian terus dikembangkan dan diteliti lagi agar meminimalisir penggunaan kayu, maka dimanfaatkan sisa limbah, ini dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Limbah adalah sisa yang dihasilkan dari bahan inti yang tidak dipergunakan lagi dimana untuk dibakar ataupun dibuang, seperti limbah perkebunan dan pertanian diantaranya limbah kulit pisang, limbah jerami padi, sisa tongkol jagung dan lainnya sebagai alternatif pengganti sintesis Na CMC. Sehingga untuk sintesis Na CMC tidak hanya dari tumbuhan ber kayu tetapi yang tidak berkayu yang memiliki kandungan selulosa tinggi dan sesuai dengan karakteristik Na CMC (Dumanauw, 1990; Ningsi et al., 2014).

Allah swt. telah memberikan manusia (kita) akal dan menunjuk kita menjadi pemimpin, sehingga isi alam dapat kita manfaatkan demi kebutuhan hidup dengan syarat tidak merusak alam agar hidup dapat sejahtera secara berkesinambungan dari turunan ke turunan. Sehingga limbah yang biasa banyak dan merusak lingkungan dapat dihindari dan berefektif sebagai inovasi teknologi diberbagai bidang salah satunya farmasi, sebagai bahan tambahan (Rasyad et al., 2012).

Beberapa hasil penelitian yang telah dilaporkan yang berkaitan dengan sintesis turunan selulosa bahan baku pembuatan Na CMC dari tumbuhan-tumbuhan, diantaranya penelitian (Hutomo et al., 2012) pada kulit biji coklat dengan kadar selulosanya sekitar 35%. Kemudian penelitian (Zulharmita et al., 2012) pada ampas tebu kadar selulosanya sekitar 37,65%. Penelitian (Eriningsih et al., 2011) memanfaatkan limbah tongkol jagung dengan kandungan selulosa sebesar 35-55%, selanjutnya penelitian (Indriyati et al., 2016) dengan tanaman eceng gondok dengan kadar selulosa sebesar 66,87%, dan penelitian (Ferdiansyah et al., 2017) dengan pelepah kelapa sawit dengan kadar selulosa sebesar 89,63%.

Dari penjelasan di atas hal ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian studi literatur tentang sintesis dan karakterisasi Na CMC dari tumbuhan melihat banyaknya kebutuhan bahan tambahan obat industri.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Berapa kadar selulosa dari tumbuhan ?
- 1.2.2 Bagaimana proses ekstraksi selulosa dari tumbuhan?
- 1.2.3 Bagaimana proses sintesis Na CMC dari tumbuhan?
- 1.2.4 Apa saja parameter dalam pengujian karakterisasi Na CMC?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui kadar selulosa dari tumbuhan

1.3.2 Untuk mengetahui proses ekstraksi selulosa dari tumbuhan

1.3.3 Untuk mengetahui proses sintesis Na CMC dari tumbuhan

1.3.4 Untuk mengetahui parameter apa saja dalam pengujian karakterisasi Na CMC

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Ilmiah

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambahkan pengetahuan peneliti dan mahasiswa mengenai ekstraksi selulosa, kadar selulosa, sintesis dan karakterisasi Na CMC yang terstandar yang berasal dari tumbuhan

1.4.2 Segi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi industri farmasi Indonesia dalam mengembangkan Na CMC dari tumbuhan maupun pengembangan sediaan farmasi lainnya dan acuan untuk industri lainnya yang membutuhkan pengembangan selulosa dan Na CMC, serta sebagai acuan para peneliti/mahasiswa lainnya yang ingin melakukan eksperimen lanjutan dari selulosa maupun Na CMC dari tumbuhan.

BAB 2

METODE

2.1 Strategi Pencarian Literatur

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur atau studi pustaka dalam mengumpulkan informasi, data dan materi dari jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang menjadi dasar penelitian (Mirzaqon, 2017).

2.1.1 Framework PICO

Pencarian dan analisis riset dengan studi literatur ini menggunakan metode PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*).

P (*Population*) : Subjek/populasi yang spesifik dalam sebuah jurnal.

I (*Intervention*) : Intervensi/perlakuan yang dilakukan pada populasi terhadap masalah yang terjadi pada suatu jurnal.

C (*Comperation*) : Membandingkan hasil yang diperoleh dari hasil intervensi yang telah dilakukan pada pada suatu jurnal.


O (*Outcome*) : Hasil yang didapatkan dari penelitian suatu jurnal.

(Klaten, 2016)

Tabel 1. Metode PICO Penelitian

P	I	C	O
<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comperation</i>	<i>Outcome</i>
Tumbuhan penghasil selulosa	Bagian Tumbuhan Isolasi Selulosa : 1. Metode Ekstraksi 2. Metode Isolasi Sintesis Na CMC: 1. Reagen Alkalisasi 2. Reagen Karboksimetilasi 3. Pelarut/Media Reaksi 4. Suhu 5. Waktu reaksi 6. Metode sintesis Karakteristik Na CMC dari pengujian: 1. Organoleptis 2. Derajat Substitusi 3. pH 4. Viskositas 5. Susut Pengerinan 6. Kadar NaCl 7. Kemurnian Na CMC 8. Gugus Fungsi	Na CMC menurut Na CMC baku, Standar Nasional Indonesia (SNI), Farmakope Indonesia dan <i>The Joint FAO/WHO Expert Commite on Food Addictives</i> (JECFA)	Kadar selulosa, sintesis dan karakteristisasi Na CMC tumbuhan yang memenuhi persyaratan

Adapun kerangka dalam penelitian ini disusun seperti dibawah ini:

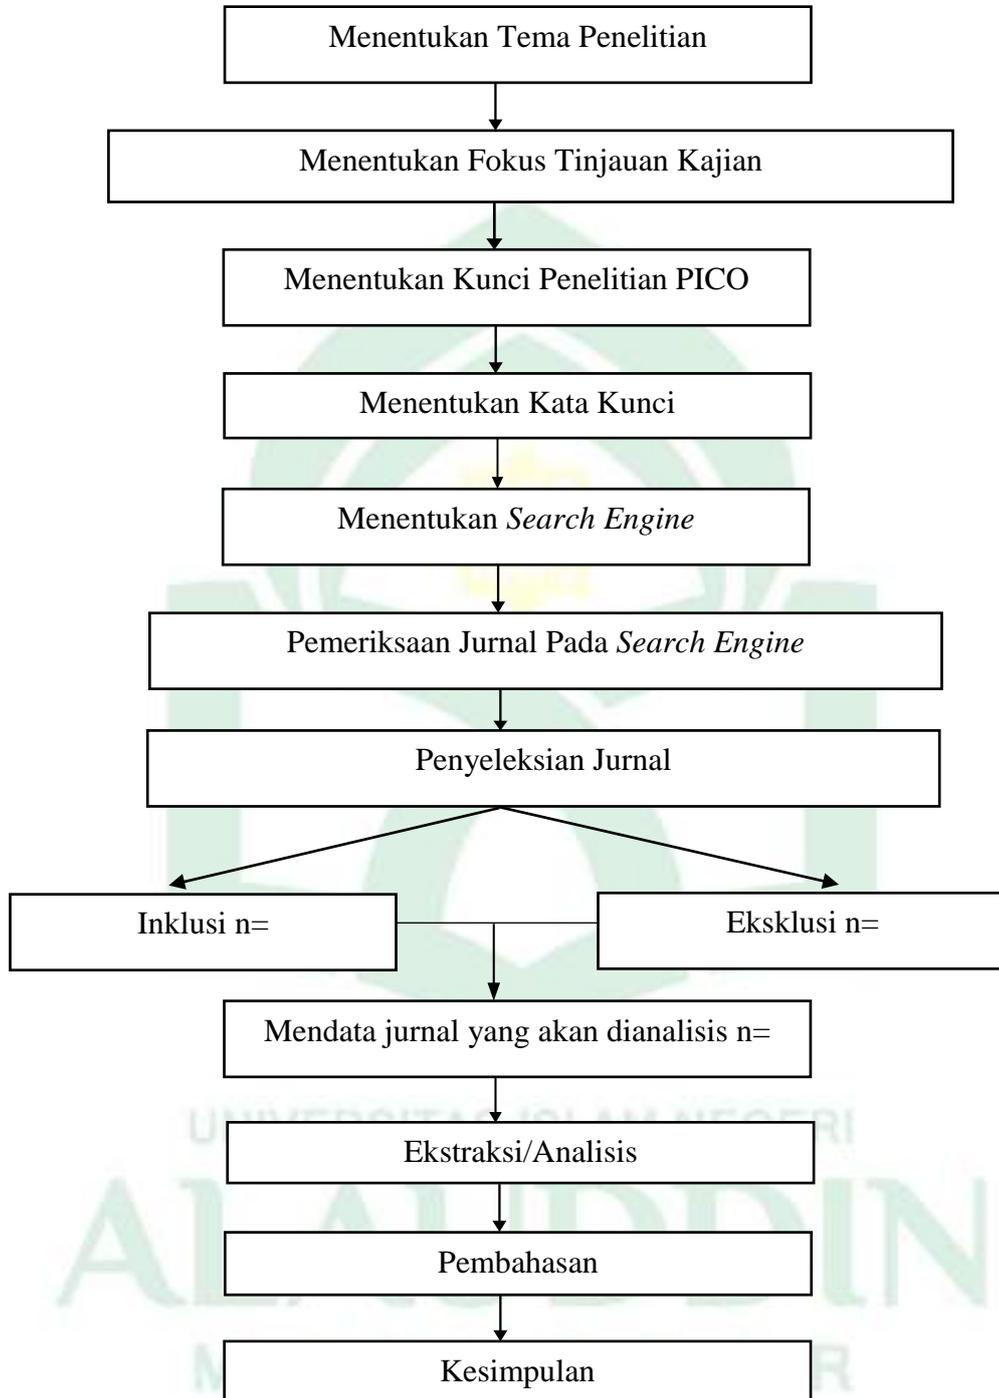

Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.1.2 Kata Kunci (*Keyword*)

Kata kunci (*Keyword*) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : synthesis and characterization of Na CMC, utilization of Na CMC, sintesis dan karakterisasi Na CMC dan pemanfaatan Na CMC.

2.1.3 Search Engines

Sumber data yang digunakan yaitu : ScienceDirect, Pubmed, Google Scholar.

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Jurnal

Setelah Jurnal diperoleh maka akan dilakukan tahap Inklusi (penyertaan) dan eksklusi (pengecualian) jurnal yang digunakan untuk mengeluarkan jurnal-jurnal yang tidak sesuai kriteria dengan keinginan rumusan masalah peneliti (Marbawi & Salim, 2019).

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal terbitan kurun waktu maksimal 10 tahun terakhir yaitu tahun 2011 hingga 2021 2. Berbahasa Inggris dan Indonesia 3. Subjek penelitian yaitu selulosa tumbuhan 4. Jenis jurnal ekperimental dan merupakan jurnal <i>research</i> artikel original 5. Sebuah jurnal harus memiliki <i>International Standard Serial Number</i> (ISSN) atau <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) 6. Naskah sebuah jurnal harus full text/ open acces 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan kerja atau metode kerja dalam hal ini (ekstraksi, isolasi, sintesis dan karakterisasi Na CMC) tidak jelas 2. Adanya duplikasi jurnal pada database pencarian

7. Tema dalam jurnal harus memuat sintesis dan karakterisasi Na CMC dari sebuah tumbuhan.	
---	--

Keterangan:

- a. ISSN (*International Standard Serial Number*) merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas terbitan, dalam hal ini ISSN dikhususkan untuk publikasi secara periodik seperti jurnal yang memiliki terbit berkala.
- b. DOI (*Digital Object Identifier*) merupakan pengenal suatu dokumen elektronik yang bersifat permanen yang isinya berisikan alamat unik sebagai seleksi studi dan penilaian kualitas.
- c. OA (*Open Acces*) adalah penyediaan akses internet ke jurnal ilmiah, artikel maupun buku secara tidak terbatas. Dalam hal ini semua gratis dan tidak ada biaya akses.
- d. Artikel riset (*research article*) adalah berupa artikel/jurnal pada umumnya yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah. Menjelaskan informasi baru yang telah dilakukan dan didukung dengan analisis statistik.
- e. Quartile adalah sistem perengkingan jurnal internasional bereputasi seperti scopus atau Scimago Journal Rank (SJR) maupun website sains berdasarkan subjek atau kategori bidang jurnal terkait. Perengkingan terdiri dari Q1,Q2,Q3,Q4 yang dimana didasarkan atas perhitungan skors jurnal-jurnal yang terdapat database scopus tersebut. Skor persentase Quartile yaitu Q1 yaitu 75-99 %, Q2 yaitu 50-74 %, Q3 yaitu 25-49%, Q4 yaitu 0-24%. Skor ini dinilai dari tertinggi ke terendah
- f. SINTA (*Science and Technoloi Index*) adalah sebuah portal ilmiah online dibawah pusat kelola Kemendikbud Ristek yang memberikan daftar jurnal nasional yang telah terakreditasi yang sesuai dan baik dijadikan literatur,

kemudian *citation* dan lainnya. Sinta (S) memiliki grade jurnal akreditasi yang terdiribagi menjadi enam (6) grade yaitu Sinta 1, jurnal dengan skor 85-100 sudah terakreditasi A dan terindeks kedalam scopus, Sinta 2 dengan skor 70-85 sudah terakreditasi, sinta 3 jurnal dengan skor 60-70 dalam hal ini telah melakukan evaluasi diri di Arjuna Sinta 4, 5, 6 sudah melakukan evaluasi diri di Arjuna dan diverivikasi 50-60, 40-50, 30-40 masing-masing sinta.

(Lukman, 2018).

2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas

2.3.1 Hasil Pencarian dan Penyeleksian Jurnal

Hasil pencarian jurnal dengan kata kunci didata sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Seleksi Jurnal

Search Engine	Kata Kunci	Jumlah Jurnal		
		Inklusi	Eksklusi	Akhir
Google Scholar	<i>Synthesis and Characterization of Na CMC</i>	4180	4174	6
	<i>Utilization of Na CMC</i>	5310	5308	2
	Sintesis dan Karakterisasi Na CMC	493	486	5
	Pemanfaatan Na CMC	2390	2389	1
Science Direct	<i>Synthesis and Characterization of Na CMC</i>	227	226	0
	<i>Utilization of Na CMC</i>	219	219	0
	Sintesis dan Karakterisasi Na CMC	0	0	0
	Pemanfaatan Na CMC	0	0	0
PubMed	<i>Synthesis and Characterization of Na CMC</i>	10	10	0
	<i>Utilization of Na CMC</i>	4	4	0
	Sintesis dan Karakterisasi Na CMC	0	0	0

	Pemanfaatan Na CMC	0	0	0
Jumlah keseluruhan jurnal yang dianalisis dan dibahas				14

2.3.2 Daftar Jurnal Hasil Pencarian

Hasil perolehan jurnal dari beberapa *search engine* didapatkan didata seperti dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Pencarian Jurnal

No.	Judul Jurnal	Peneliti dan Tahun	Nomor ISSN/DOI	Kriteria Jurnal
1.	Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na CMC) dari selulosa limbah kulit kacang tanah (<i>Arachis hypogea</i> L.)	Coniwanti et al., 2015	0853-0963	S3
2.	Pemanfaatan kulit singkong sebagai bahan baku pembuatan natrium karboksimetil selulosa	Santoso et al., 2012	10.5614/jtki.2012.11.3.1	S3
3.	Sintesis Na CMC dari selulosa Hasil Isolasi dari batang Alang-alang (<i>Imperata cylindrical</i> L.)	Megawati et al, 2017	2455-0280	S3
4.	Sintesis dan Karakterisasi <i>Carboxymethyl Cellulose Sodium</i> (Na CMC) dari selulosa Eceng gondok (<i>Eschrornia crassipes</i>) dengan media Reaksi Etanol-Isobutanol	Salimi et al., 2021	10.34312/jambchem.v3i1.9288	S3
5.	<i>Synthesis and Characterization of sodium carboxymethyl cellulose from pod husk of cacao (Theobroma cacao L.)</i>	Hutoma et al., 2012	10.5897/AJFS12.020	-
6.	<i>Synthesis and characterization of sodium carboxymethyl cellulose</i>	Abdullaevich et al., 2021	10.1002/pen.25874	Q3

	<i>from cotton, powder, microcrystalline and nano cellulose</i>			
7.	<i>Epichlorohydrin as crosslinking agent for synthesis of carboxymethyl cellulose sodium (Na-CMC) as pharmaceutical excipient from water hyacinth (Eichhornia Crassipes L.)</i>	Hasanah et al., 2015	0972-768x	Q4
8.	Karakterisas Na CMC Hasil Sintesis dari tanaman Eceng gondok menggunakan Asam Suksinat sebagai pengikat	Agustriono & Musiroh 2017	10.24198/Jf.V1 5i4.14687	-
9.	Sintesis dan Karakterisasi Na CMC dari A-Selulosa serabut kelapa sawit	Indriani et al., 2021	10.52436/1.jpti .82	-
10.	<i>Synthesis of Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na-CMC) from Water Hyacinth with Mixed Solvent using Succinic Acid and Epichlorohydrin as Crosslinker</i>	Musfiroh et al., 2018	2278-4527	Q4
11.	<i>The Optimization of Sodium Carboxymethyl Cellulose (NA-CMC) Synthesized from Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solm) Cellulose</i>	Musfiroh et al., 2013	0975-8585	Q4
12.	<i>Characterization Sodium Carboxymethyl Cellulose from Alpha Cellulose Betung Bamboo (Dendrocalamus asper)</i>	Suryadi et al., 2019	10.5530/pj.201 9.11.143	Q4
13.	Karakterisasi	Indriyati et al.,	10.15416/ijpst.	S2

	Carboxymethyl Cellulose Sodium (Na-CMC) dari selulosa Eceng Gondok (<i>Eichhornia crassipes</i> Mart.) Solms) yang tumbuh di Daerah Jatinangor dan Lembang	2016	vi3.9582	
14.	Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na CMC) Dari Batang Rumput Gajah (<i>Pennisetum Purpureum</i> Schumach)	Zulharmitta et al., 2012	2541-3554	S5

BAB 3
HASIL DAN ANALISIS

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil pencarian jurnal dari 3 database Google Scholar, Pubmed, ScienceDirect didapatkan 14 jurnal hasil inklusi dan eksklusi yang dapat dianalisis.

3.2 Analisis

Hasil analisis artikel di sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Analisis PICO

No	Judul & Penulis	Population	Intervention	Comparison	Outcome
1.	Pembuatan Natrium Karboksime til Selulosa (Na CMC) dari selulosa limbah kulit kacang tanah (<i>Arachis hypogea</i> L) (Coniwanti et al., 2015)	Kacang Tanah	Bagian Tanaman: Kulit Kacang Tanah Metode Ekstraksi: Limbah kulit kacang tanah di preparasi terlebih dahulu, kemudian diekstraksi dengan tahap delignifikasi menggunakan NaOH 10%, dan tahap dehemiselulosa menggunakan CH ₃ COOH 10% dan NaCl untuk menghilangkan lignin dan hemiselulosa agar mendapatkan selulosa murni	SNI 06-3736-1995: Derajat Substitusi: 0,7-1,2 (Grade 1) 0,2-1,0 (Grade 2) Viskositas: >26 (Grade 1) <26 (Grade 2) pH: 6-8 Gugus Fungsi: OH: 3417 CH: 2924 C=O: 1604 CH ₂ : 1419 OH: 1327 COC: 1111 CO: 1084 Ikatan glikosida:	Kadar Selulosa: Sebelum proses treatment kadar selulosa sebesar 27% dan setelah proses pretreatment menjadi 64,42% Sintesis Na CMC: penggunaan Natrium kloroasetat 6 gram Karakterisasi: Derajat substitusi:

		<p>Sintesis Na CMC:</p> <p>1. Konsentrasi Reagen Alkalisasi, Karboksimetilasi dan pelarut/media pereaksi Alkalisasi : NaOH 10%, 15%, 20%, 25%, 30% (b/v) dengan Isopropil alkohol</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium kloroasetat 4 g; 6 g; 8 g; 10 g</p> <p>2. Suhu dan Waktu reaksi Alkalisasi : dipanaskan dengan suhu 30⁰C selama 90 menit dan diaduk</p> <p>Karboksimetilasi : dipanaskan dengan suhu 70⁰C selama 4 jam</p> <p>3. Metode Sintesis Sintesis Na CMC dilakukan melalui proses alkalisasi menggunakan NaOH beberapa konsentrasi dan Isopropil alkohol, kemudian proses karboksimetilasi menggunakan natrium kloroasetat dengan beberapa berat, kemudian proses netralisasi dengan</p>	<p>894</p>	<p>0,73</p> <p>Viskositas: 12,4 cP</p> <p>pH: 6,5</p> <p>Gugus fungsi: COOH: 1600,02 cm⁻¹</p> <p>CH₂: 1418,71 cm⁻¹</p> <p>OH: 3971,6 cm⁻¹</p> <p>C-O: 1325,15 cm⁻¹</p> <p>Ini sudah sesuai dengan standar SNI 06-3736-1995.</p>
--	--	---	------------	---

			<p>menggunakan Asam asetat 90% (v/v) lalu dibilas dengan Metanol 70% (v/v) dan dikeringkan pada suhu 50⁰C untuk mendapatkan Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Derajat Substitusi 2. Uji Viskositas 3. Uji pH 1%. 4. Analisis Gugus Fungsi FTIR 		
2.	<p>Pemanfaatan Kulit Singkong sebagai Bahan Baku Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa</p> <p>(Santoso et al., 2012)</p>	Singkong	<p>Bagian Tanaman: Kulit Singkong</p> <p>Metode ekstraksi: kulit singkong terlebih dahulu di preparasi, kemudian diekstraksi dengan tahap delignifikasi menggunakan NaOH 10% dan tahap dehemiselulosa menggunakan, CH₃COOH dan NaCl untuk menghilangkan lignin dan hemiselulosa agar didapatkan selulosa murni</p>	<p>SNI 06-3736-95, FAO, 2011:</p> <p>Kemurnian : 99,50 (<i>Grade 1</i>) 60 (<i>Grade 2</i>)</p> <p>Uji Kualitatif Pembentukan Warna Munculnya warna merah keunguan pada bagian bawah tabung, sedangkan pada lapisan atas tabung jernih (FAO, 2011)</p> <p>Derajat Substitusi 0,7-1,2 (<i>Grade 1</i>) 0,2-1,0 (<i>Grade 2</i>)</p> <p>Gugus Fungsi</p>	<p>Kadar Selulosa: 80-85%</p> <p>Sintesis Na CMC: Kulit singkong dapat disintesis menjadi Na CMC dengan reaksi karboksimetilasi selulosa, didapat karakterisasi terbaik pada saat reaksi alkalisasi oleh NaOH 20% dengan pelarut Isopropil alkohol, dilanjutkan Eterifikasi oleh SCA 3g pada temperatur 70</p>

			<p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi Reagen Alkalisasi, Karboksimetilasi dan Pelarut/Media reaksi Alkalisasi : NaOH 2%, 10%, 20%, 30%, 40% (mol) dengan pelarut Isopropil alkohol</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium kloroasetat 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g</p> <p>2. Suhu dan Waktu reaksi Alkalisasi : dipanaskan dengan suhu 30⁰C selama 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi: di panaskan dengan suhu 50⁰C, 60⁰C, 70⁰C, 80⁰C selama 6 jam</p> <p>3. Metode Sintesis Sintesis Na CMC dimulai dengan tahap alkalisasi menggunakan NaOH beberapa konsentrasi dan Isopropil alkohol, tahap berikut tahap karboksimetilasi menggunakan beberapa konsentrasi berat Natrium</p>	<p>FTIR: OH: 3417 CH: 2924 C=O: 1604 CH₂: 1419 OH: 1327 COC: 1111 CO: 1084 Ikatan glikosida: 894</p>	<p>⁰C. Karakteristisasi :</p> <p>Derajat Substitusi: 0,705</p> <p>Kemurnian: Na CMC sebesar 96,20%</p> <p>Uji Kualitatif Pembentukan Warna Terbentuk</p> <p>Gugus Fungsi: COOH: 1601,01 cm⁻¹</p> <p>CH₂: 1428,3 cm⁻¹</p> <p>OH: 3761,1 cm⁻¹</p> <p>C-O: 1212,9 cm⁻¹</p> <p>Na CMC yang terbentuk dari kulit singkong ini berupa serbuk dan termasuk dalam <i>grade</i> kedua atau teknis sesuai dengan standar dari kemurnian Na CMC berdasarkan SNI 06-3736-</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>kloroasetat lanjut tahap penetralan dengan Asam asetat 90% (v/v), kemudian tahap pembilasan menggunakan Metanol 70%, terakhir tahap pengeringan dengan dikeringkan pada suhu 50⁰C untuk mendapatkan Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Derajat Substitusi 2. Uji kualitatif pembentukan warna 3. Uji Kemurnian 4. Analisis Gugus Fungsi FTIR 		1995 (SNI, 1995).
3.	<p>Sintesis Na CMC dari Selulosa Hasil Isolasi dari batang Alang-alang (<i>Imperata cylindrical</i> L.)</p> <p>(Megawati et al., 2017)</p>	Alang-Alang	<p>Bagian Tanaman: Batang</p> <p>Metode Ekstraksi: Batang alang-alang terlebih dahulu preparasi kemudian diekstraksi menggunakan sokhlet menggunakan pelarut Etanol, masuk ke tahap <i>bleaching</i> (diputihkan) menggunakan Sodium hipoklorit 3%, selanjutnya tahap hidrolisis</p>	<p>Na CMC Baku Standar FAO, 2011, Vogel 1985:</p> <p>Uji Molisch: Ditandai dengan munculnya warna merah keunguan pada bagian bawah tabung reaksi sedangkan pada lapisan bagian atas jernih (FAO, 2011).</p> <p>Standard Na</p>	<p>Kadar Selulosa: batang alang-alang 96,7% ,</p> <p>Sintesis Na CMC: Batang Alang-alang dapat disintesis menjadi Na CMC</p> <p>Karakterisasi</p>

		<p>menggunakan NaOH 1%, kemudian tahap <i>bleaching</i> akhir dengan sodium hipoklorit 1% dan setelah itu ditambah NaCl 5% setelah itu masuk tahap peyaringan dengan aquades hingga bebas asam (penetralan) untuk mendapatkan selulosa murni.</p> <p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi reagen Alkalisasi, Karboksimetilasi dan Pelarut/media reaksi Alkalisasi : NaOH 20ml dengan pelarut Isopropil alkohol 100 ml</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium kloroasetat 3 g</p> <p>2. Suhu dan Waktu reaksi Alkalisasi: dipanaskan dengan suhu 30⁰C selama 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi di panaskan dengan suhu 70⁰C selama 6 jam</p>	<p>CMC Baku:</p> <p>Viskositas: 10 cP</p> <p>Analisis Sweeling: Muchilago berwarna putih</p> <p>pH: 5-11</p> <p>Kadar NaCl dan Kemurnian: Berwarna merah keunguan dan kemurnian 99%</p> <p>Reaksi Uji Nyala: Warna Nyala api atau orange</p> <p>Gugus Fungsi: -OH : 3452,22 C-H : 2920,23 C=O : 1597,06 C-H : 896,90</p>	<p>Na CMC:</p> <p>Identifikasi Na CMC dengan Molisch: Terbentuknya dua lapisan yang berbeda di tandai dengan adanya pembentukan warna merah pada lapisan bawah dan keruh pada lapisan atas</p> <p>Analisis Sweeling : Muchilago berwarna coklat</p> <p>Viskositas : 8 cP</p> <p>pH: 6</p> <p>Kadar NaCl: Berwarna merah keunguan dengan kemurnian 95,8%</p> <p>Reaksi Uji Nyala : Adanya logam Na⁺ yang telah berikatan dengan Na CMC ditandai</p>
--	--	---	---	--

			<p>3. Metode Sintesis Sintesis Na CMC dilakukan melalui proses Alkalisasi menggunakan NaOH 20 ml, kedua, tahap karboksimetilasi menggunakan natrium kloroasetat 3 g, lalu tahap netralisasi menggunakan Asam asetat dan dibilas menggunakan Metanol lalu dikeringkan pada suhu 50⁰C untuk mendapatkan Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Na CMC dengan uji Molisch 2. Analisis Sweeling 3. Reaksi Uji Nyata 4. Uji NaCl dan Kemurnian 5. Uji pH 6. Uji Viskositas 7. Analisis Gugus Fungsi FTIR 		<p>dengan warna nyala api kuning atau orange</p> <p>Gugus Fungsi : Diperoleh puncak gelombang H-C-H: 2918,23 cm⁻¹</p> <p>Beberapa gugus -OH: 3442,94 cm⁻¹</p> <p>C=O: 1041,56 cm⁻¹</p> <p>C-O: 894,97 cm⁻¹</p> <p>Puncak serapan karena adanya C-H sekitar 1425,40 cm⁻¹ – 1548,84 cm⁻¹</p> <p>Karakterisasi Na CMC dengan FAO, 2011 sudah mendekati, tetapi perlu penelitian lanjutan optimasi dan analisis XRD</p>
4.	Sintesis dan Karakterisas	Eceng Gondok	Bagian Tanaman: Daun dan Batang	Standar Farmakope, SNI	Kadar Selulosa :

<p>i</p> <p><i>Carboxymethyl Cellulose Sodium</i> (Na-CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (<i>Eichhornia crassipes</i>) dengan Media Reaksi Etanol-Isobutanol</p> <p>(Salimi et al., 2021)</p>			<p>Isolasi Selulosa: Eceng gondok di preparasi menjadi serbuk kemudian diekstraksi dengan tahap <i>dewaxing</i> menggunakan sokhlet apparatus dengan pelarut Toluene-Etanol 2:1, lalu tahap dehemiselulosa dengan NaOH 17,5% dan tahap <i>bleaching</i> (Pemutihan) dengan NaClO₂ dilakukan 2 kali baru lalu di cuci untuk menghasilkan selulosa murni.</p> <p>Sintesis Na CMC 1. Konsentrasi Reagen Alkalisasi, Reagen Karboksimetilasi, Pelarut/media reaksi Alkalisasi : NaOH 10% dengan Etanol-isobutanol (80: 20) ml, (50: 50) ml, (20: 80) ml dalam erlenmeyer. Karboksimetilasi : Natrium monokloroasetat</p> <p>2. Suhu dan Waktu reaksi Alkalisasi :</p>	<p>06-3736-1995 dan standar baku Na CMC:</p> <p>Uji Organoleptis: Serbuk halus, berwarna putih kuning glading dan tidak berbau.</p> <p>Kelarutan: Na CMC standar terhadap aquades, Etanol dan dietil Eter Na CMC yaitu larut dalam aquades serta tidak larut dalam Etanol dan dietil etil.</p> <p>pH: 7,5 (Standard Baku Na CMC) 6-8 (SNI)</p> <p>Susut pengering: 12,0971 % (Standar) <10 % (Farmakope)</p> <p>Viskositas : 592,6 cP (Standar Baku Na CMC) 1-2000 cp (Rowe et al, 2009)</p> <p>Derajat Substitusi: 0,948 (Standar baku) 0,7-1,2 (Mutu I) (SNI)</p>	<p>alfa selulosa 65,41 %</p> <p>Sintesis Na CMC: Na CMC dari Selulosa Eceng Gondok (<i>Eichhornia crassipes</i>) dengan Media Reaksi Etanol-Isobutanol dengan konsentrasi NaOH yang digunakan 10%, dan diperoleh bahwa variasi media reaksi yang menghasilkan Na CMC terbaik pada variasi media reaksi Etanol : isobutanol (20:80) ml</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <p>Uji Organoleptik : Butiran, berwarna putih kuning gading dan tidak berbau sedangkan untuk Na CMC standar berupa serbuk halus, berwarna</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>Dicampur NaOH dalam erlenmeyer pada suhu ruang selama 1 jam</p> <p>Karboksimetilasi : Dicampur dalam labu reaksi suhu 55 °C selama 3,5 jam</p> <p>3. Metode Sintesis Sintesis Na CMC dilakukan melalui proses Alkalisasi NaOH dengan beberapa media konsentrasi, lanjut karboksimetilasi dengan Natrium kloroasetat dan proses netralisasi menggunakan Asam asetat glasial dan dibilas dengan Etanol dan dikeringkan pada suhu 70 °C untuk mendapatkan Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Organoleptik 2. Uji Susut Pengerinan 3. Uji Derajat Substitusi 4. Uji Viskositas 5. Uji pH 1% 6. Kadar NaCl 7. Analisis Gugus Fungsi FTIR 	<p>Kadar NaCl 99%</p> <p>Gugus Fungsi: -OH : 3452,22 C-H : 2920,23 C=O : 1597,06 C-H : 896,90</p>	<p>putih, dan tidak berbau</p> <p>Kelarutan : Terdispersi dalam aquades serta tidak larut dalam Etanol dan dietil Eter</p> <p>pH: 5,6</p> <p>Susut pengering: 7,8205</p> <p>Viskositas: 162,66</p> <p>Derajat Substitusi : Nilai DS tertinggi 0,8560 maksimum</p> <p>Kemurnian 93,7453 %.</p> <p>Gugus Fungsi -OH : 3345,1 cm⁻¹ C-H : 28297,64 cm⁻¹ C-O-C :1159 cm⁻¹ CH₂ : 1370-1465 cm⁻¹</p> <p>Memiliki karakteristik</p>
--	--	--	---	---

					yang tidak berbeda jauh dengan Na CMC standar.
5.	<p>Sintesis dan Karakterisasi Na CMC dari α-Selulosa Serabut Kelapa Sawit</p> <p>(Indriani et al., 2021)</p>	Kelapa Sawit	<p>Bagian Tanaman: Serabut Kelapa Sawit</p> <p>Isolasi Selulosa: Serabut kelapa sawit terlebih dahulu di preparasi menjadi serbuk, kemudian diekstraksi alfa selulosa dengan tahap delignifikasi menggunakan NaOH 5%, Selanjutnya tahap <i>bleaching</i> menggunakan H₂O₂ dan ditambah NaOH 0,1 N diukur pH hingga pH 9 (dijaga agar tetap pH 9) Selanjutnya sampel didinginkan dan disaring kemudian dicuci sampai pH netral dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105⁰C. Selanjutnya tahap Dehemiselulosa dengan direndam dalam NaOH 17,5% ($\pm 10^0$ C) selama 1 jam lalu disaring (rasio berat selulosa terhadap volume larutan 1:10). Residu dicuci</p>	<p>SNI 06-3736-1995:</p> <p>Derajat Substitusi: 0,7-1,2 (Grade 1) 0,2-0,1 (Grade 2)</p> <p>pH : 6-8</p> <p>Uji Kemurnian: >60</p>	<p>Kadar Selulosa: Sebelum preparasi ekstraksi 59,6% sedangkan setelah di ekstraksi : 85,39%</p> <p>Sintesis Na CMC: selulosa kelapa sawit dapat disintesis menjadi Na CMC, paling optimal campuran larutan isopropanol-Etanol sebagai media reaksi adalah 80:20 ml, sedangkan untuk konsentrasi Asam trikloroasetat dan konsentrasi NaOH yaitu 25% dan 20%</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p>

		<p>dengan NaOH 8,3% dan aquadest selanjutnya direndam dalam Asam asetat 10% selama 15 menit. Terakhir residu disaring dan dicuci hingga pH netral kemudian dikeringkan untuk mendapatkan alfa selulosa</p> <p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi Reagen Alkalisasi, reagen Karboksimetilasi, Pelarut/media reaksi</p> <p>Alkalisasi : NaOH 20 ml Pelarut isopropanol-Etanol (20 : 80, 40 : 60, 50 : 50, 60 : 40, 80 : 20) ml</p> <p>Karboksimetilasi : Asam triklorasetat 15%, 20%, dan 25%.</p> <p>2. Suhu, Waktu reaksi</p> <p>Alkalisasi : Dicampur NaOH dalam gelas kimia pada suhu 30⁰C selama 1 jam Karboksimetilasi : Dicampur dalam labu reaksi suhu 45⁰C selama 3 jam</p>	<p>Nilai DS: 0,8124</p> <p>Kemurnian: 99,68</p> <p>pH: 7,9</p> <p>Telah memenuhi Karakterisasi Na CMC Standar SNI 06-3736-1995</p>
--	--	--	---

		<p>3. Metode Sintesis Selulosa kering dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml ditambah beberapa konsentrasi pelarut isopropanol-Etanol Selanjutnya tahap alkalisasi dengan penambahan NaOH, dilanjutkan tahap karboksimetilasi dengan menambahkan Asam trikloroasetat (TCA) dengan beberapa konsentrasi dicampur dan dipanaskan lalu disaring dan residunya direndam dengan Metanol. Kemudian ditambahkan asam cuka untuk penetralan hingga pH 7, disaring kembali dan residunya dikeringkan di dalam oven dengan suhu 70°C hingga diperoleh Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Derajat Substitusi 2. Uji pH 1% 		
--	--	---	--	--

			3. Uji Kemurnian		
6.	<p>Pembuatan Natrium Karboksime til Selulosa (Na Cmc) Dari Batang Rumput Gajah (<i>Pennisetum Purpureum Schumach</i>)</p> <p>(Zulharmitt a et al., 2012)</p>	Rumput Gajah	<p>Bagian Tanaman: batang</p> <p>Ekstraksi dan Isolasi Selulosa: Batang rumput gajah terlebih dahulu di preparasi kemudian di ekstraksi dengan tahap <i>dewaxing</i> menggunakan Hexan-Etanol (2:1 v/v) kemudian dikeringkan dengan suhu kamar, lanjut tahap delignifikasi sebagian asam menggunakan asam nitrit 3,5%, selanjutnya tahap delignifikasi sempurna menggunakan larutan Natrium hidroksida 2% dan Natrium sulfit 2%, kemudian lanjut diputihkan (<i>bleaching</i>) dengan 2 liter dengan campuran larutan Natrium hipoklorit 3,5% dan air (1:1) untuk mendapatkan selulosa murni. Selanjutnya tahap pemisahan alfa selulosa dengan tahap dehemiselulosa menggunakan Natrium hidroksida 17,5%, selanjutnya</p>	<p>Standar Na-CMC Merck, Farmakope Indonesia Edisi III) 1979) dan USP:</p> <p>Uji Organoleptik Serbuk halus, Putih kuning gading, Tidak berbau (FI.III; Na CMC Merck)</p> <p>Identifikasi Pada bidang batas terjadi warna ungu merah (FI.III; Na CMC Merck)</p> <p>pH 6,5 - 8,5 (USP 30) pH 6,74 ± 0,1834</p> <p>Susut Pengering: Kehilangan tidak boleh lebih dari 10% (Farmakope Indonesia Edisi III)</p> <p>Kehilangan 8,99% ±0,0173</p> <p>Gugus Fungsi: O-H: Tidak ada C=O:1679,09 C-O-C: 1283,78</p>	<p>Kadar Selulosa: alfa selulosa 67,68%</p> <p>Sintesis Dan Karakterisasi Na CMC:</p> <p>Sintesis Na CMC: Selulosa batang rumput gajah dapat disintesis menjadi Na CMC dengan perolehan Na CMC sebanyak 20,87%</p> <p>Karakterisasi Na CMC</p> <p>Organoleptik: yang berupa bentuk, warna, bau, dan rasa untuk Na CMC</p> <p>Identifikas Na CMC: menghasilkan warna ungu merah pada bidang batas</p> <p>Susut pengeringan: 9,76% dengan standar deviasi = 0,1385</p> <p>Hasil uji pH</p>

		<p>tahap bleaching penyempurnaan dengan natrium hipoklorit 3,5% dan air (1:1) dipanaskan pada suhu 100⁰C selama 5 menit, kemudian dicuci dengan air sampai filtratnya jernih, disaring dan diperas, lalu dikeringkan pada suhu 60⁰C dalam oven selama 1 jam. Maka diperoleh alfa selulosa. Maka diperoleh alfa selulosa</p> <p>Sintesis Na CMC:</p> <p>1. Konsentrasi reagen Alkalisasi, reagen Karboksimetilasi, dan pelarut/medie pereaksi</p> <p>Alkalisasi : NaOH 30%</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium kloroasetat</p> <p>2. Suhu, Waktu reaksi</p> <p>Alkalisasi : Dicampur NaOH selama 1 jam Karboksimetilasi: Dicampur dengan suhu 60⁰C selama 4 jam</p> <p>3. Metode</p>		<p>Na CMC : 6,96 dengan standar deviasi = 0,2401</p> <p>Gugus Fungsi: O-H: Tidak ada</p> <p>C=O: 1667,71 cm⁻¹</p> <p>C-O-C: 1285,60 cm⁻¹</p> <p>Hasil spektrum IR Na CMC kurang bersih bila dibandingkan dengan Na CMC Merck</p> <p>Dilihat bahwa karakterisasi Na CMC rumput gajah telah memenuhi persyaratan dan tidak ada perbedaan secara signifikan</p>
--	--	--	--	--

			<p>Sintesis Tahap Sintesis dengan Alkalisasi menggunakan 25 g alfa selulosa yang diperoleh, direndam dalam 750 ml Natrium hidroksida 30% w/v selama 1 jam. Selanjutnya tahap karboksimetilasi campuran 250 g Natrium kloroasetat dan Isopropanol pada suhu 60⁰C selama 4 jam di dalam <i>waterbath</i>. Kemudian tahap netralisasi Na CMC yang didapat dengan proses ini disaring, dinetralkan dengan HCl 0,1 N, dan dicuci dengan Etanol 96%. Setelah disaring, dikeringkan pada suhu 60⁰C untuk mendapatkan Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC 1. Uji Organoleptik 2. Identifikasi 3. Uji Pengeringan 4. Uji pH 1% 5. Analisis Gugus Fungsi dengan FTIR</p>		
7.	Characteriz	Bambu	Bagian Tanaman:	Standar Na	Kadar

<p><i>ation Sodium Carboxymethyl Cellulose from Alpha Cellulose Betung Bamboo (Dendrocal amus asper)</i></p> <p>(Suryadi et al., 2019)</p>	<p>Betung</p>	<p>Batang</p> <p>Isolasi Selulosa: Bambu betung terlebih dahulu di diekstraksi dengan cara mesarasi, kemudian masuk tahap delignifikasi menggunakan Asam nitrat 3,5% dan Natrium hidroksida dan Natrium sulfat masing-masing 2% b/v pada suhu 50°C selama 1 jam. Sekali lagi, itu dicuci, disaring, Lanjut tahap <i>bleaching</i> (diputihkan) dengan pengenceran berair 3,5% b/v natrium hipoklorit-air (1:1) Selanjutnya tahap dehemiselulosa dengan NaOH 17,5% b/v. Setelah semua bebas dari bahan lain, Selulosa alfa yang dihasilkan dicuci bersih dengan aquadestilata dan disaring. Produk dikeringkan dalam oven 60°C selama sekitar 3 jam</p> <p>Sintesis Na CMC: 1. Konsentrasi Reagen Alkalisasi dan Reagen</p>	<p>CMC Merck</p> <p>Organoleptik: Bubuk putih, tidak berbau dan tidak berasa</p> <p>Analisis kualitatif: Positif (terbentuk warna ungu)</p> <p>Suhu leleh: 230.10°C</p> <p>Derajat substitusi : 0,7433</p> <p>Derajat keasaman (pH): 6.93</p> <p>Rata-rata distribusi ukuran partikel : 55,13 m</p> <p>Kandungan air : 9,86%</p> <p>Kandungan abu sulfat : 31,29%</p> <p>Susut pengeringan : 10,17%</p> <p>Bulk density : 0,33 g/cm³</p> <p>Kerapatan mampat : 0,50 g/cm³</p>	<p>Selulosa : 83,80%</p> <p>Sintesis Na CMC: Batang bamboo betung dapat disintesis menjadi Na CMC. Hasil Na CMC yang diperoleh berkisar antara 95,36%-108,76 %</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <p>Organoleptik : Bubuk putih, tidak berbau dan tidak berasa</p> <p>Analisis kualitatif : Positif (terbentuk warna ungu)</p> <p>Suhu leleh : 255.30°C</p> <p>Derajat substitusi : 0,7073</p> <p>Derajat keasaman (pH) : 7.61</p> <p>Rata-rata distribusi</p>
--	---------------	---	---	---

			<p>Karboksimetilsi dan Pelarut/Media Reaksi</p> <p>Alkalisasi : NaOH 25% (b /v) dan Natrium tetraborat (1,7%) dengan Isopropil alkohol</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium monokloroasetat</p> <p>2. Suhu dan Waktu Reaksi</p> <p>Alkalisasi : suhu kamar, diaduk selama 1 jam</p> <p>Karboksimetilasi : Diaduk selama 1,5 jam, dan dengan suhu 55⁰C selama 3 jam</p> <p>3. Metode Sintesis</p> <p>Metode sintesis di lakukan modifikasi dengan 20 g serbuk selulosa bambu betung dan ditambahkan 600 ml isopropil alcohol lalu diaduk dan ditambah 25% Natrium hidroksida (mengandung 1,7% natrium tetraborat) ditambahkan tetes demi tetes ke dalam campuran, lanjut tahap Karboksimetilisasi</p>	<p>Viskositas : 3527,7 Cp</p> <p>Gugus Fungsi : OH : 3607 Peregangan CH: 2877 C=O Karboksil : 1678 CH₂ : 1431 Getaran pengikat OH : 1325 Glikosidik COC : 1153 C-OH=1064</p> <p>Analisis XRD : Pola difraktogram yang khas, pada nilai 2θ 19,985 terdapat puncak tajam yang menunjukkan sifat kristalin dan pada nilai 2θ 36,8801 puncak atau lembah yang tumpul dan melebar menunjukkan sifat amorf</p> <p>Analisis SEM: berbentuk panjang dengan permukaan yang relatif halus</p>	<p>ukuran partikel : 71,54 m</p> <p>Kandungan air : 5,88%</p> <p>Kandungan abu sulfat : 32,64%</p> <p>Kehilangan pengeringan : 9,85%</p> <p>Bulk density: 0,42 g/cm³</p> <p>Kerapatan mampat : 0,64 g/cm³</p> <p>Viskositas : 20.8 Cp</p> <p>Gugus Fungsi : OH : 3607 Peregangan CH: 2877 C=O: 1678 CH₂:1431 Getaran pengikat OH: 1325 Glikosidik COC: 1153 COH: 1064</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>dimulai dengan 26 g natrium monokloroasetat selanjutnya tahap penetralan direndam dalam 225 ml Metanol dan dengan Asam asetat glasial hingga pH 7 dan kemudian disaring menggunakan corong sinter. Produk akhir dicuci tiga kali dengan perendaman dalam Etanol 80% selama 10 menit dan kemudian dicuci lagi dengan Metanol untuk terakhir kalinya. Natrium karboksimetil selulosa yang diperoleh dari bambu betung disaring dan dikeringkan pada suhu 55⁰C.</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Organoleptis 2. Analisis Kualitatif 3. Uji Derajat Substitusi 4. Kerapatan mampat 5. Bulk density 6. Rata-rata distribusi ukuran partikel 	<p>Analisis XRD :</p> <p>Pola Khas menunjukkan nilai 2θ sebesar 19,7343 terdapat puncak yang runcing dan pada nilai 2θ sebesar 35,4429 terdapat puncak yang tumpul dan melebar</p> <p>Analisis SEM:</p> <p>berbentuk bulat dengan permukaan yang relatif kasar</p> <p>Produk menunjukkan kesamaan karakteristik dengan referensi pada spektrum inframerah, difraktogram XRD, analisis organoleptik, kualitatif analisis, derajat substitusi, derajat keasaman (pH), rata-rata distribusi ukuran partikel, kadar</p>
--	--	--	--	---

			<p>7. Susut pengeringan 8. Suhu Leleh 9. Uji pH 10. SEM 11. Gugus Fungsi FTIR 12. Analisis XRD</p>		<p>air, kadar abu sulfat dan susut pengeringan. Namun, terdapat perbedaan suhu leleh, viskositas dan analisis morfologi dengan SEM sebagai acuan.</p>
8.	<p>Karakterisasi Na CMC Hasil Sintesis Dari Tanaman Eceng Gondok Menggunakan Asam Suksinat Sebagai Pengikat Silang</p> <p>(Agustriono & Musfiro, 2017)</p>	Eceng Gondok	<p>Bagian Tanaman: Seluruh bagian</p> <p>Isolasi Selulosa: Eceng gondok terlebih dahulu di preparasi menjadi serbuk, lalu Serbuk eceng gondok dididihkan dalam air panas kemudian disaring dan dipisahkan bagian yang larut dan tidak larut. Bagian yang tidak larut dididihkan dengan Natrium hidroksida (NaOH) 30% sebagai tahap delignifikasi. Hasil Residunya dicuci dengan akuades sampai pH 6-7. Lanjut tahap <i>bleaching</i> larutan pemutih natrium hipoklorit (NaOCl), kemudian diaduk rata. Hasilnya di keringkan untuk</p>	<p>Farmakope Indonesia Edisi IV, JECFA, SNI:</p> <p>Organoleptik : Putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, tidak berasa.</p> <p>Kelarutan dalam air: Terdispersi</p> <p>Kelarutan dalam Etanol : Mengendap</p> <p>Foam Test: Tidak terbentuk endapan (-)</p> <p>Pengendapan: Terbentuk endapan (+)</p> <p>pH : 6,0-8,0</p> <p>Susut Pengeringan : <10%</p>	<p>Kadar Selulosa: 19,87 %</p> <p>Sintesis Na CMC:</p> <p>Karakterisasi Na CMC: Karakteristik Na-CMC yang disintesis dari selulosa eceng gondok dengan pelarut isopropil alkohol, isobutil alkohol, dan pelarut campuran isopropil alkohol-Isobutil alkohol (4:1) dan <i>crosslinker</i> asam suksinat memenuhi persyaratan Na-CMC sebagai eksipien</p>

		<p>mendapatkan α-selulosa.</p> <p>Sintesis Na CMC:</p> <p>1. Konsentrasi Reagen Alkalisasi, Reagen Karboksimetilasi, dan Pelarut/Media reaksi</p> <p>Alkalisasi : NaOH 40% (b /v) dengan 3 pelarut berbeda Isopropil alkohol, Isobutil alkohol, dan pelarut campuran Isopropil alkohol-Isobutil alkohol (4:1)</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium kloroasetat</p> <p>2. Suhu dan Waktu Reaksi</p> <p>Alkalisasi : Suhu ruang, 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi : suhu 55⁰C selama 3,5.</p> <p>3. Metode Sintesis</p> <p>Alkalisasi dengan tiga jenis pelarut berbeda, ditambahkan NaOH 40%. Kemudian tahap karoksimetilasi dilakukan</p>	<p>farmasi berdasarkan Farmakope Indonesia edisi IV, SNI, dan JECFA.</p>
--	--	---	--

			<p>penambahan 5 g natrium monokloroasetat ($\text{ClCH}_2\text{COONa}$), selanjutnya Metanol 70% dan Asam asetat 90% ditambahkan ke dalam reactor. Na CMC didapatkan dengan menyaring residu sebanyak 6 kali dengan Etanol dan dicuci kembali dengan Metanol murni. Na CMC yang didapatkan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60°C</p> <p>Crosslinking Na CMC dengan Asam Suksinat: Na CMC 3 g hasil Na CMC ditambahkan 1,5 g asam suksinat dan di larutkan dengan aquadest hingga homogen, hasilnya tuangkan ke telfon dan di keringkan di dalam oven pada suhu 55°C sampai kering dan hasilnya di blender</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organoleptik 2. Kelarutan 3. <i>Foam test</i> 	
--	--	--	---	--

			<p>4. Pembentukan endapan</p> <p>5. Uji pH</p> <p>6. Susut pengering</p>		
9.	<p><i>Synthesis and characterization of sodium carboxymethylcellulose from pod husk of Cacao (Theobroma cacao L.)</i></p> <p>(Hutamo et al, 2012)</p>	Kakao	<p>Bagian Tanaman: Kulit Buah</p> <p>Metode Ekstraksi: Terlebih dahulu di preparasi menjadi serbuk, lanjut tahap delignifikasi dengan NaOH (12% b/v) pada 100⁰C selama 3 jam. Kemudian tahap <i>bleaching</i> dengan NaOCl 6% pada suhu 60⁰C selama 60 menit dan dilanjutkan dengan natrium bisulfit 3% pada suhu 60⁰C selama 60 menit untuk mendapatkan selulosa murni</p> <p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi reagen alkalisasi, reagen karboksimetilasi dan pelarut/media reaksi</p> <p>Alkalisasi : NaOH (11,59, 15, 20, 25, dan 28,41%) (b /v) dengan Isopropil</p>	<p>Metode standar ASTM D1439-94</p> <p>Rendamen: 146,11 %</p> <p>Derajat substitusi (DS) : ≤0,85</p> <p>Kapasitas menahan air 3,78</p> <p>kapasitas menahan minyak 2,16</p> <p>Gugus Fungsi : OH: 3417 CH: 2924 C=O: 1604 CH₂: 1419 OH: 1327 COC: 1111 CO: 1084 Ikatan glikosida: 894</p>	<p>Kadar Selulosa : 63,342</p> <p>Sintesis Na CMC: selulosa hasil isolasi dapat dimodifikasi dalam NaOH 15%, suhu 55,93⁰C, dan 4 g NMCA dalam 3 jam</p> <p>Karakterisasi Na CMC</p> <p>Derajat Substitusi : 0,75±0,01</p> <p>WHC : 3,73 ±0,03</p> <p>OHC : 2,21±0,02</p> <p>Rendamen (%) : 141.60 ± 0.40</p> <p>Gugus Fungsi : OH = 3417 CH: 2931 C=O: 1604 CH₂: 1419 OH: 1327 COC: 1084 CO: 1026</p>

		<p>alkohol</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium monokloroasetat (3,18, 4, 5, 6, dan 6,68 g)</p> <p>2. Suhu, Waktu dan kecepatan reaksi</p> <p>Alkalisasi : suhu penangas air selama 60 menit</p> <p>Karboksimetilasi : Suhu 46,59, 50, 55, 60 dan 63, 41° C selama 180 menit</p> <p>3. Metode Sintesis</p> <p>Menggunakan tahap alkalisasi dengan NaOH beberapa konsentrasi, kemudian tahap Karboksimetilasi dengan beberapa konsentrasi NaMCA lanjut tahap netralisasi dengan Asam asetat 90% dan kemudian dituang. Itu residu sebagai natrium karboksimetil selulosa dicuci dengan Etanol 96%. Lanjut pengeringan suhu 50°C di lemari pengering untuk mendapatkan</p>	<p>Ikatan glikosida : tidak terdeteksi</p> <p>Karakterisasi Na CMC hasil sintesis diverifikasi hampir sama</p>
--	--	--	--

			<p>selulosa</p> <p>Karakterisasi Na CMC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Air/rendaman 2. Derajat substitusi 3. Kapasitas menahan air 4. Kapasitas menahan minyak 5. Analisis Gugus Fungsi 		
10.	<p><i>Synthesis and characterization of sodium-carboxymethylcellulose from cotton, powder, microcrystalline and nanocellulose</i></p> <p>(Adullaevich et al, 2021)</p>	Kapas	<p>Bagian Tanaman: linter Kapas</p> <p>Isolasi Selulosa: Selulosa jadi</p> <p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi reagen Alkalisasi, reagen Karboksimetilasi dan Pelarut/media reaksi</p> <p>Alkalisasi : NaOH 35% (b/v) dengan etil alkohol</p> <p>Karboksimetilasi : Asam kloroasetat</p> <p>2. Suhu dan Waktu reaksi</p> <p>Alkalisasi : suhu 16⁰C selama 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi : suhu 80⁰C selama 3 jam</p>	<p>Standard FAO, 2011:</p> <p>Uji Derajat Substitusi: ≤0,2 dan ≥1,50</p> <p>Kadar air: ≤12%</p> <p>kadar abu: ≤2%</p> <p>Konten Na CMC: ≤99,5%</p> <p>Penentuan kelarutan Na CMC dalam air: Menghasilkan larutan koloid kental dengan air, tidak larut dalam Etanol</p> <p>Analisis FTIR Gugus: karboksimetil : 1600-1605 m⁻¹ hidroksil polimer:</p>	<p>Kadar Selulosa : 61-65%</p> <p>Sintesis : Sintesis Na CMC diperoleh dari Konsentrasi NaOH 35 %, suhu 80 %, waktu reaksi 180 menit,</p> <p>Karakterisasi : Derajat Substitusi: 0,75</p> <p>Kadar air : 7% kadar abu: 0,08%</p> <p>konten Na CMC : 63%</p> <p>Penentuan</p>

			<p>3. Metode Sintesis Sintesis Na CMC dilakukan melalui proses Alkalisasi menggunakan NaOH dan pelarut etil alkohol kemudian karboksimetilasi menggunakan Asam kloroasetat dan proses netralisasi dengan menggunakan Etanol dan dikeringkan pada suhu 60-70 °C untuk mendapatkan Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji Derajat Substitusi 2. Kadar air dan kadar abu 3. Penentuan kelarutan Na CMC dalam air 4. Konten Na CMC 5. Analisis FTIR 	1422-1325 m ⁻¹	<p>kelarutan Na CMC dalam air: Larut sempurna dalam air</p> <p>Analisis FTIR Gugus: karboksil = 1600-1605 CH₂ = 1422 OH= 1325 CO= 1058-1095</p> <p>Sudah sesuai dengan karakterisasi Na CMC menurut (FAO, 2011)</p>
11.	<i>Epichlorohydrin as crosslinking agent for synthesis of carboxymethyl cellulose sodium (Na-CMC) as pharmaceut</i>	Eceng Gondok	<p>Bagian Tanaman: Daun dan batang</p> <p>Isolasi Selulosa: Isolasi -Selulosa dari eceng gondok dengan NaOH 25% Biji eceng gondok terlebih dahulu direbus dengan air, dan disaring.</p>	<p>Standar Na CMC,</p> <p>Organoleptik: Bubuk, Putih Pucat, Tidak Berbau</p> <p>Kelarutan : Mendispersi dalam air, tidak</p>	<p>Kadar Selulosa : 89%</p> <p>Sintesis Na CMC : Sintesis Na CMC dapat diperoleh dari selulosa eceng gondok dengan</p>

<p><i>ical excipient from water hyacinth (Eichornia Crassipes L.)</i></p> <p>(Hasanah et al, 2015)</p>		<p>Bagian yang tidak larut dididihkan kembali dengan Natrium hidroksida selama satu jam, kemudian disaring. Residu dari proses ini kemudian dicuci dengan aquadestillata sampai pH mencapai 6-7. Proses ini dilakukan karena bahan ini akan digunakan untuk aplikasi farmasi sehingga harus dalam pH netral. Residu yang telah dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik, dan selanjutnya ditambahkan larutan pemutih natrium hipoklorit (NaOCl) ke dalam residu. Residu dan larutan diaduk merata selama 4 jam dalam wadah tertutup. Hasilnya kemudian disaring dan dicuci kembali menggunakan aquadestillata sampai bau klorin benar-benar tidak terdeteksi. Didehidrasi dalam oven pada suhu 50°C</p>	<p>larut dalam Etanol dan Eter</p> <p>WHC: 4,415</p> <p>OHC: 3,03</p> <p>Derajat Substitusi : 0,17 (Standar Na CMC) 0,2-9,5 (JECFA/FI 4/SNI 06-3736-1995)</p> <p>Kandungan natrium : 2,23 (Standar Na CMC)</p> <p>6,5-9,5 (JECFA/FI 4/SNI 06-3736-1995)</p> <p>Gugus Fungsi : Peregangan –OH: 3459,84 peregangan-CH: 2913,50 -C=O: 1604,31 -CH2: 1425,41 Simetris peregangan: 1061,34</p>	<p>konsentrasi Isopropil alkohol: NaOH: NaMCA (1:1:0.25) dan dari tautan silang epiklorohidrin (1:2,5; 1:5; 1:10) paling efektif pada perbandingan 1:10</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <p>Organoleptik : Bubuk, warna putih, tidak berbau</p> <p>Kelarutan: Mendispersi dalam air tidak, tidak larut dalam Etanol dan Eter</p> <p>WHC: 5,68</p> <p>OHC: 2,87</p> <p>Derajat Substitusi : 0,035</p> <p>Gugus Fungsi: Peregangan –</p>
--	--	---	--	---

		<p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi reagen Alkalisasi, reagen karboksimetilasi, pelarut/media reaksi Alkalisasi : NaOH 40% dengan Isopropil alkohol</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium monokloroasetat</p> <p>2. Suhu, Waktu dan kecepatan reaksi Alkalisasi : suhu kamar selama 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi : Suhu 50⁰C selama 3,5 jam</p> <p>3. Metode Sintesis selulosa eceng gondok dilakukan dengan perbandingan sebagai berikut: isopropil alkohol: NaOH: natrium monokloroasetat (1:1:0.25) Disintesis natrium karboksimetil selulosa (Na CMC) dalam reaksi dua</p>	<p>OH: 3416,44 peregangan- CH: 2835,96 -C=O: 1643,86 -CH₂: 1462,05 Simetris peregangan: 1049,28</p>
--	--	--	---

			<p>langkah. Pada tahap pertama, selulosa dimasukkan ke dalam proses suspensi dengan mengaduknya dengan Isopropil alkohol menggunakan pengaduk mekanis pada suhu kamar; NaOH 40% juga ditambahkan pada proses pengadukan. Campuran ini diaduk selama 90 menit, dan hasilnya adalah selulosa alkali. Proses pengadukan kemudian dilanjutkan dengan menambahkan Natrium monokloroasetat ($\text{ClCH}_2\text{COONa}$) secara perlahan selama 30 menit, dan setelah penambahan tersebut proses pengadukan dilanjutkan selama 3,5 jam pada suhu 55°C. Pada tahap reaksi ini selain terjadi pembentukan Na CMC juga terjadi pembentukan produk samping berupa Natrium glikolat dan Natrium klorida</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>(NaCl). Setelah itu, 70% Metanol ditambahkan ke dalam reaktor. Kemudian campuran dinetralkan dengan Asam asetat 90% untuk menghilangkan asam glikolat. Na CMC kemudian diperoleh dengan menyaring dan mencuci residu sebanyak 6 kali dengan Etanol. Na CMC yang telah dicuci dengan Etanol kemudian dicuci kembali dengan Metanol murni dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60°C</p> <p>Tahap ikatan silang: Tahap pengikatan silang Na CMC yang dihasilkan dilakukan pada variasi Na CMC yang berbeda : Epiklorohidrin (1:2,5; 1:5; 1:10) 5 g Na CMC dicampur dengan 50 g NaOH 17,5% dan diaduk pada suhu 50°C selama 20 menit. Epiklorohidrin dalam 28%</p>		
--	--	--	--	--

			<p>NH₄OH dengan perbandingan 1:2,5; 1: 5; 1:10 ke Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat refluks selama 4 jam pada suhu 40⁰C. Na CMC yang sudah berikatan silang kemudian dicuci dengan Etanol dan air, kemudian dikeringkan.</p> <p>Karakterisasi Na CMC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji organoleptik 2. Kelarutan 3. Penentuan water holding capacity (WHC) 4. Penentuan oil holding capacity (OHC) 5. Penentuan Derajat Substitusi 6. Penentuan gugus fungsi FTIR 		
12.	<i>Synthesis of Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na-CMC) from Water Hyacinth with Mixed Solvent using Succinic</i>	Eceng Gondok	<p>Bagian Tanaman: Batang dan daun</p> <p>Isolasi Selulosa Terlebih dahulu di preparasi menjadi serbuk, lanjut tahap delignifikasi dengan NaOH (25% b/v) didihkan selama 1 jam. Kemudian</p>	<p>Na CMC Standard:</p> <p>pH : 6-7</p> <p>WHC: 5,2184</p> <p>OHC: 2,389</p>	<p>Kadar Selulosa : 19,87 %</p> <p>Sintesis Na CMC: Isolasi selulosa dari eceng gondok dengan rendemen 19,87% dari 40</p>

	<p><i>Acid and Epichlorohydrin as Crosslinker</i></p> <p>(Musfiroh et al, 2018)</p>	<p>dicuci dengan aquadest dan diatur pH hingga 6-7 Kemudian tahap <i>bleaching</i> dengan NaOCl selama 4 jam, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C untuk mendapatkan selulosa murni</p> <p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi reagen alkalisasi, reagen karboksimetilasi, Pelarut/media reaksi</p> <p>Alkalisasi : NaOH 40% (b/v) dengan 3 pelarut berbeda Isopropil alkohol, Isobutil alkohol, dan pelarut campuran Isopropil alkohol-Isobutil alkohol (4:1)</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium monokloroasetat</p> <p>2. Suhu, Waktu</p> <p>Alkalisasi : suhu ruang, waktu 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi : Suhu 55 °C selama 3,5 jam</p> <p>3. Metode Sintesis</p> <p>Na CMC disintesis</p>	<p>Derajat Substitusi :</p> <p>Mutu 1 : $\leq 0,7$ dan $\geq 1,2$</p> <p>Mutu 2 : $\leq 0,4$ dan $\geq 1,0$</p> <p>Kandungan natrium :</p> <p>6,5-9,5 %</p> <p>Hasil FTIR:</p> <p>OH: 3392,82-333,35</p> <p>CH: 2900-294,74</p> <p>C=O: 1588,41-1647,24</p> <p>CH₂: 1414,16-141,21</p> <p>COOH: 1600 dan 1400</p> <p>CH-O-CH₂: 1016,5-1048</p> <p>SEM EDX:</p> <p>Bentuk Na CMC tidak beraturan dan poros. Ukurannya 113-190 m</p>	<p>g simplisia</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <p>pH keseluruhan :</p> <p>6-7</p> <p>WHC keseluruhan:</p> <p>3,218-4,793</p> <p>OHC keseluruhan:</p> <p>2,9946-3,3738</p> <p>Kadar Natrium keseluruhan :</p> <p>0,844-8,028</p> <p>Derajat Substitusi Keseluruhan:</p> <p>0,064-0,8</p> <p>Hasil FTIR:</p> <p>OH: 3392,82-333,35</p> <p>CH: 2900-294,74</p> <p>C=O: 1588,41-1647,24</p> <p>CH₂: 1414,16-141,21</p> <p>COOH: 1600 dan 1400</p> <p>CH-O-CH₂: 1016,5-1048</p> <p>SEM:</p>
--	---	--	--	---

		<p>dengan tiga jenis pelarut dengan pengaduk mekanik pada suhu kamar. Dicampur dengan NaOH kemudian tahap Karboksimetilasi dengan NaMCA lanjut penambahan Metanol dan tahap netralisasi dengan Asam asetat 90% dan dicuci dengan Etanol. Na CMC di peroleh dicuci lagi dengan Metanol murni dan didehidrasi dalam oven 60%</p> <p>4. Ikatan silang Na CMC : Epiklorohidrin (1:10) Sintesis Na-CMC dari selulosa eceng gondok ditimbang 5 gram berat kering, kemudian dicampur dengan 50 gram NaOH 17,5% dan diaduk pada suhu 50°C selama 20 menit. Epiklorohidrin dengan perbandingan 1:10 dicampur dengan NH₄OH 25% (1:1) dan ditambahkan ke dalam sampel. Sampel direfluks</p>	<p>Berdasarkan analisis SEM-EDX, bentuk Na-CMC tidak beraturan dan porous. Dilihat dari ukurannya, ukuran Na-CMC hasil sintesis berkisar antara 76,8 - 128 m</p> <p>Ikatan Silang: 204-545 m</p> <p>Karakteristik Na CMC Hasil sintesis dari selulosa eceng gondok dengan pelarut Isopropil alkohol, Isobutil alkohol, dan pelarut campuran Isopropil alkohol-Isobutil alkohol (4:1) dan <i>crosslinker</i> asam suksinat memenuhi persyaratan Na-CMC. Paling terbaik yaitu ditunjukkan oleh Na CMC yang disintesis dengan pelarut</p>
--	--	---	--

		<p>selama 4 jam pada suhu 40°C. Produk ikatan silang yang tidak larut dikumpulkan, dicuci dengan Etanol dan aquades, kemudian dikeringkan. Dapatkan produk sampingan dari ikatan silang Na CMC</p> <p>Asam Suksinat: Sebanyak 3 g Na CMC ditambahkan ke 1,5 g asam suksinat dan dilarutkan dalam 20 mL air suling sambil terus diaduk untuk menghasilkan campuran yang homogen. Adonan yang terbentuk kemudian dituangkan ke atas teflon, dikeringkan dalam oven pada suhu 55°C hingga kering kemudian diblender hingga halus</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH 1% 2. WHC 3. OHC 4. Kadar Natrium menggunakan 	<p>campuran. Namun, karakteristik ikatan silang Na CMC dengan asam suksinat dan epiklorohidrin menunjukkan perbedaan dalam berbagai karakter seperti penurunan DS, WHC, OHC, viskositas dan kadar natrium.</p>
--	--	--	--

			<p><i>Atomic Absorption Spektroskopi (AAS)</i></p> <p>5. Derajat substitusi</p> <p>6. FTIR</p> <p>7. SEM (<i>Scanning Elektron Microscope</i>)</p>		
13.	<p><i>The Optimization of Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na-CMC) Synthesized from Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solm) Cellulose</i></p> <p>(Musfiroh et al, 2013)</p>	Eceng gondok	<p>Bagian Tanaman: Batang, daun</p> <p>Isolasi Selulosa: Terlebih dahulu di preparasi menjadi butiran halus, lanjut tahap prahidrolisis dengan merebus terlebih dahulu lalu disaring. Bagian yang tidak larut di didihkan dengan NaOH 18% dan 25 %. Kemudian diatur pH 6-7 Kemudian tahap <i>bleaching</i> dengan NaOCl selama 4 jam, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C untuk mendapatkan selulosa murni</p> <p>Sintesis Na CMC</p> <p>1. Konsentrasi reagen Alkalisasi, reagen Karboksimetilasi, pelarut/media</p>	<p>Na CMC Standar:</p> <p>FTIR C=O: 1609,61 cm⁻¹ CH3: 1421,55 cm⁻¹ COOH: 1600-1640 cm⁻¹ sampai 1400-1450 cm⁻¹ OH: 3460.32 cm⁻¹ CO : 1062,30 cm⁻¹</p> <p>SEM: Partikel Na CMC standar tidak beraturan , memiliki tingkat homogenitas pada morfologi, bentuk pelat melengkung dengan ruang besar dan permukaan partikel yang tidak beraturan atau bahkan kasar menyebabkan Na CMC memiliki porositas tinggi dan tebal.</p>	<p>Kadar Selulosa : 19,87 %</p> <p>Sintesis Na CMC Selulosa Eceng gondok dapat disintesis menjadi Na CMC</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <p>FTIR C=O: 1559,97 cm⁻¹ CH3: 1420,10 cm⁻¹ COOH: 1600-1640 cm⁻¹ sampai 1400-1450 cm⁻¹ OH: 3364.36 cm⁻¹ CO : 1065,68 cm⁻¹</p> <p>SEM: Partikel Na CMC yang</p>

		<p>reaksi Alkalisasi : NaOH 40% dengan Isopropil alkohol</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium monokloroasetat</p> <p>2. Suhu, Waktu dan kecepatan reaksi Alkalisasi : suhu kamar selama 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi : Suhu 55 °C selama 3,5 jam</p> <p>3. Metode Sintesis Menggunakan tahap alkalisasi dengan NaOH kemudian tahap Karboksimetilasi dengan NaMCA lanjut penambahan Metanol dan tahap netralisasi dengan Asam asetat 90% dan dicuci dengan Etanol. Na CMC di peroleh dicuci lagi dengan Metanol murni dan didehidrasi dalam oven 60%</p> <p>Karakterisasi Na CMC 1. <i>Fourier Transform Infrared (FTIR)</i></p>	<p>disintesis tidak beraturan , memiliki tingkat homogenitas pada morfologi, bentuk pelat melengkung dengan ruang besar dan permukaan partikel yang tidak beraturan atau bahkan kasar menyebabkan Na CMC memiliki porositas tinggi dan tebal. Ukuran partikel berkisar 19 μ sampai 137 μ dan diperoleh sebesar 95,33 %</p> <p>Karakterisasi Na CMC hasil sintesis dengan Na CMC Standar menunjukkan kemiripan baik dari gugus fungsinya maupun SEM</p>
--	--	---	--

			2. <i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM)		
14.	<p>Karakterisasi <i>Carboxymethyl Cellulose Sodium</i> (Na-CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms.) yang tumbuh di Daerah Jatinangor dan Lembang (Indriyati et al, 2016)</p>	<p>Eceng Gondok Jatinangor</p> <p>Eceng gondok Lembang</p>	<p>Bagian Tanaman: Seluruh bagian</p> <p>Isolasi Selulosa: Eceng gondok terlebih dahulu di preparasi menjadi serbuk, lalu Serbuk eceng gondok dididihkan dalam air panas kemudian disaring dan dipisahkan bagian yang larut dan tidak larut. Bagian yang tidak larut dididihkan dengan Natrium hidroksida (NaOH) 30% sebagai tahap delignifikasi. Hasil Residunya dicuci dengan akuades sampai pH 6-7. Lanjut tahap <i>bleaching</i> larutan pemutih natrium hipoklorit (NaOCl) 12% direndam selama 4 jama, lau dicuci dengan aquadest Hasilnya di keringkan untuk mendapatkan α-selulosa.</p> <p>Sintesis Na CMC 1. Konsentrasi Reagen Alkalisasi,</p>	<p>Farmakope Indonesia Edisi IV, JECFA, SNI:</p> <p>Organoleptik : Putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau, tidak berasa.</p> <p>Kelarutan dalam air: Terdispersi</p> <p>Kelarutan dalam Etanol : Mengendap</p> <p>Foam Test: Tidak terbentuk endapan (-)</p> <p>Pengendapan: Terbentuk endapan (+)</p> <p>pH : 6,0-8,0</p> <p>Susut Pengeringan : <10%</p> <p>Crosslinking : Diatas 100 %</p>	<p>Kadar Selulosa: Alfa Selulosa Eceng Gondok Jatinangor: 76,53%</p> <p>Alfa Selulosa Eceng Gondok Lembang : 71,35 %</p> <p>Sintesis Na CMC dan karakterisasi Na CMC: Na CMC hasil sintesis dari selulosa eceng gondok yang tumbuh di daerah Jatinangor dan Lembang telah memenuhi beberapa kriteria yang dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia edisi V, JECFA, dan <i>Handbook of Pharmaceutical Excipient</i> yaitu organoleptik, kelarutan, foam test, pembentukan endapan,</p>

		<p>Reagen Karboksimetilasi, dan Pelarut/Media reaksi Alkalisasi : NaOH 40% (b /v) dengan pelarut Isopropil alkohol,</p> <p>Karboksimetilasi : Natrium monokloroasetat</p> <p>2. Suhu dan Waktu Reaksi Alkalisasi : Suhu ruang, 90 menit</p> <p>Karboksimetilasi : suhu 55⁰C selama 3,5.</p> <p>3. Metode Sintesis Selulosa disuspensikan dalam Isopropil alkohol di bawah pengaduk mekanik pada temperatur ruang dan ditambahkan NaOH 40%. Campuran diaduk selama 90 menit. Natrium monokloroasetat (ClCH₂COONa) kemudian pelan-pelan ditambahkan ke dalam campuran selama 30 menit dan temperatur diatur pada suhu 55⁰C selama 3,5</p>	<p>viskositas dan kandungan logam berat. Parameter yang belum memenuhi kriteria adalah susut pengeringan, kandungan natrium dan derajat substitusi, dimana pada susut pengeringan melebihi nilai yang dipersyaratkan sedangkan untuk kandungan natrium dan derajat substitusi lebih kecil dari nilai yang dipersyaratkan namun masih lebih baik dari Na CMC baku yang digunakan. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika nilai WHC, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika dari</p>
--	--	--	--


		<p>jam. Setelah itu, Metanol 70% ditambahkan ke dalam reaktor dan campuran dinetralkan dengan Asam asetat 90%. Reaksi yang digunakan pada sintesis Na CMC yaitu serbuk α-selulosa, Isopropil alkohol, NaOH 40%, ClCH₂COONa, Metanol 70% dan Asam asetat 90% dengan perbandingan berturut-turut adalah 1 : 20 : 20 : 5 : 20 : 15. Na-CMC kemudian disaring dan dicuci sebanyak 6 kali dengan Etanol. Na-CMC yang telah dicuci Etanol kemudian dicuci kembali dengan Metanol murni dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60°C.</p> <p>Crosslinking : Hasil Na CMC dicampurkan dengan NaOH 17,5% selama 20 menit, kemudian dicampur dengan epiklorhidrin dengan perbandingan 1:10 selanjutnya</p>	<p>Na CMC yang disintesis dari selulosa tanaman eceng gondok (<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms.) yang tumbuh di daerah Jatinangor dan Lembang.</p>
--	--	---	---

			<p>dicampur NH_4OH dan direfluk selama 4 jam, yang tidak larut dicuci sehingga semuanya diperoleh produk crosslinking</p> <p>Karakterisasi Na CMC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organoleptik 2. Kelarutan 3. Foam test 4. Pembentukan endapan 5. Uji pH 1% 6. Susut pengeringan 7. Penentuan kandungan Na dalam Na CMC 8. Penentuan DS 9. WHC dan OHC 10. Penentuan Viskositas 1% 11. Penentuan logam berat 12. Penentuan FTIR 	
--	--	--	---	--

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 *Selulosa*

4.1.1 Definisi *Selulosa*

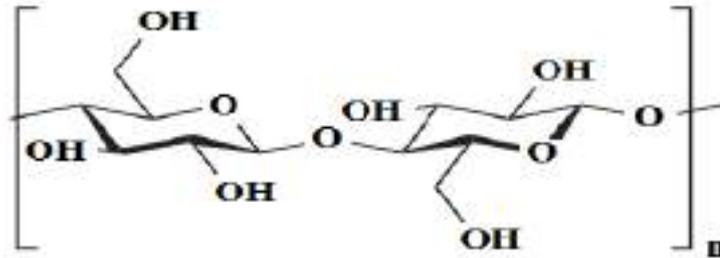


Gambar 2. Struktur Selulosa

Selulosa ($C_6H_{10}O_5$)_n merupakan jenis polisakarida yang terdiri dari polimer glukosa mencapai ratusan sampai ribuan yang berbentuk rantai linear dan dihubungkan oleh ikatan β -1,4 glikosidik, yang tersebar banyak di alam dan melimpah ruah, *biocompatibel*, dan tidak merusak lingkungan karena mudah diurai, tidak toxic, serta bisa terus diperbarui. Selulosa hampir sama dengan amilum yaitu sama-sama polimer berantai lurus hanya saja berbeda pada jenis glukosidanya. Dimana amilum dihubungkan oleh ikatan alfa-1,4 glikosidik dan terdiri dari 2 jenis yaitu amilosa dan amilopektin yang juga memiliki perbedaan (Mulyadi, 2014; Putera, 2012).

Selulosa penyusun utama dinding sel tumbuhan, sebagian dapat ditemukan dalam bakteri yang disebut Bakteri Selulosa. Dalam tumbuhan terdapat serat selulosa yang merupakan bagian penting sebagai bahan baku, dalam hal ini jumlah serat selulosa didalamnya sangat melimpah, proses pengolahan juga mudah didapat. Sehingga sangat besar manfaatnya. Tetapi dalam hal ini harus dilakukan beberapa tahap untuk mengelolahnya, bisa juga dalam tahapannya terdapat tahapan yang sedikit rumit tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri. Dalam gambar 3. Sebuah selulosa merupakan tahapan akhir dari tahapan esktraksi

dan isolasi, biasanya dalam jaringan tumbuhan khusus kayu selulosa tidak banyak ditemukan dalam bentuk murni melainkan akan bersamaan dengan lignoselulosa yaitu hemiselulosa, amilum dan lignin dan lain-lain. Dari gambar 3. juga dapat dilihat bahwa adanya selulosa dan lignin saling terikat satu sama lain sehingga dalam hal ini diperlukan metode untuk memisahkan bagian tidak penting tersebut (Putera, 2012; Mulyadi, 2014).

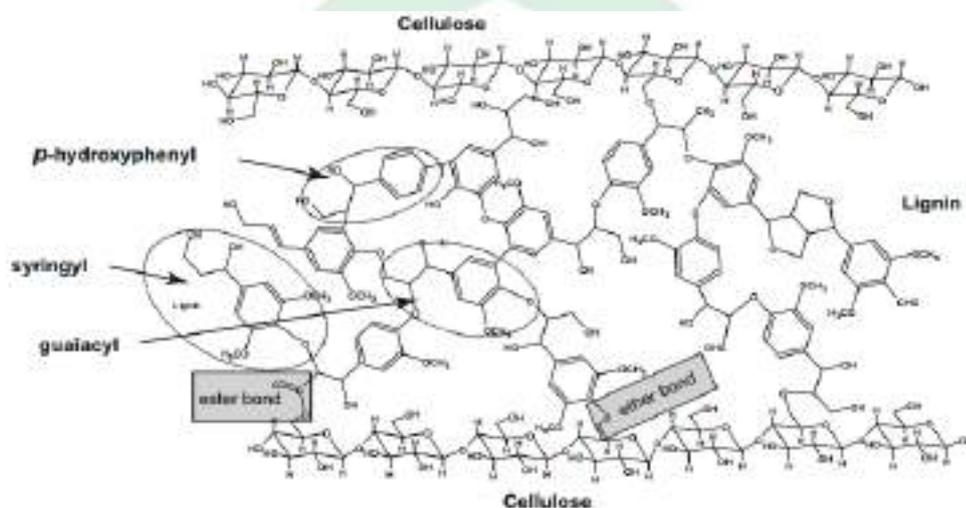

Gambar 3. Struktur lignoselulosa (Zhou et al., 2010)

Tidak hanya itu selulosa juga dapat ditemukan dalam dalam algae hijau dan jamur. Selulosa berada dibagian kulit dalam kayu berserat, juga pada tangkai daun yang juga berserat. Dalam hal ini selulosa sebagai penyusun tumbuhan tersusun dari 40-50% dari tumbuhan ber kayu, 80% dari limbah rami, dan 90% dari serat kapas. Selulosa dimurnikan paling sering pada kapas dan pulp kayu, karena kadar selulosa yang dimiliki sangat banyak(Coffey et al., 1995).

Semakin canggih teknologi, pemurnian selulosa telah dilakukan tidak hanya pada tumbuhan berkayu bahkan non berkayu sekalipun serta limbah-limbah hasil pertanian dan perkebunan seperti dari kayu, batang tanaman, jerami, kulit tanaman, maupun tangkai daun) (Israel et al., 2008).

4.1.2 Jenis Selulosa

Jenis selulosa terdiri tiga jenis berdasarkan derajat polimerasinya yaitu (Sumada et al., 2011):

- a. Selulosa α (*Alpha Cellulose*) yaitu mempunyai rantai panjang, tidak larut dalam larutan basa kuat seperti NaOH 17,5%, memiliki DS 600-1500. Selulosa alfa dijadikan penentu kualitas selulosa atau tingkat kemurnian.
- b. Selulosa β (*Betha Cellulose*) yaitu mempunyai rantai pendek, larut dalam basa kuat seperti NaOH 17,5%, memiliki DS 15-90, dan apabila di netralkan akan terendap.
- c. Selulosa γ (*Gamma Cellulose*) adalah memiliki karakteristik yang sama seperti selulosa β , tetapi bedanya dari DS yang kurang dari 15.

Derajat polimerasi (DP) adalah panjang pendeknya ukuran rantai molekul poliimer selulosa. DP merupakan perbandingan antara berat molekul selulosa/berat molekul satu unit glukosa. DP selulosa dalam kayu menurun seiring dengan meningkatnya umur pohon. DP tertinggi terdapat didalam sel yang berdekatan dengan kambium dan menurun kearah inti kayu (Fatriasari et al., 2019).

Metode penentuan DP selulosa ada dua, yaitu viskometri dan *Gel permeation chromatography* (GPC). Pada metode viskometri, dilakukan isolasi dan pelarutan selulosa, selanjutnya dilakukan pengukuran kekentalan atau viskositas. Salah satu manfaat mengetahui DP selulosa adalah untuk mengetahui apakah perlakuan tertentu terhadap biomassa menyebabkan degradasi selulosa atau tidak. Pada proses pemasakan biomassa untuk pembuatan pulp. Pulp adalah hasil hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat yaitu dari proses penyisihan lignin dari biomassa (delignifikasi) (Harsini & Susilowati, 2010). Diharapkan dapat menghasilkan rendamen pulp dan DP selulosa yang tinggi. Hal ini

menunjukkan pulp yang dihasilkan berkualitas tinggi (Fatriasari et al., 2019).

4.1.3 Sifat Selulosa

Selulosa memiliki sifat fisika dan kimia. Sifat kimia dari selulosa yaitu tergantung dengan gugus aktif alkohol dan derajat polimerasi yang dipunyai. Selulosa akan semakin kuat dan tahan terurai maka rantai selulosa semakin panjang. Sedangkan sifat fisika dari selulosa yaitu:

- a. Dapat terdegradasi oleh hidrolisis, oksidasi, fitokimia maupun secara mekanis sehingga berat molekulnya menurun
- b. Tidak larut dalam air maupun pelarut organik, tetapi sebagian larut pada larutan alkali
- c. Dalam keadaan kering, selulosa bersifat higroskopik (baik menyerap air), keras juga rapuh. Jika selulosa mengandung banyak air, maka akan bersifat lunak. Jadi fungsi air disini adalah sebagai pelunak
- d. Selulosa dalam Kristal memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan dengan bentuk amorfnya.

(Putera, 2012).

4.1.4 Ekstraksi dan Isolasi Selulosa

- a. Definisi Ekstraksi dan Isolasi

Ekstraksi adalah tahap memisahkan suatu zat atas dasar perbedaan kelarutan antara dua cairan yang tidak saling bercampur, antara air maupun pelarut organik lainnya (Hudaya et al., 2014).

Isolasi adalah pemurnian lanjutan dari ekstraksi untuk memperoleh senyawa tunggal yang diinginkan (Hudaya et al., 2014).

- b. Tahapan Ekstraksi dan Isolasi selulosa

Untuk memperoleh selulosa dari tumbuhan perlu dilakukan pengekstrakan dan pemurnian lebih lanjut, dimulai dari tahap dipreparasi menjadi serbuk halus

kemudian kedalam tahapan ekstraksi dan isolasi untuk menghilangkan senyawa-senyawa pengikat selulosa seperti lignin, hemiselulosa dan zat pengotor lainnya.

Isolasi selulosa dari biomassa umumnya dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai contoh: perlakuan ultrasonikasi, teknologi enzimatik, metode asam, dan metode alkalinasi. Perlakuan dengan teknologi enzimatik dalam isolasi selulosa dapat dilakukan dengan menggunakan sukrosa dan ekstrak ragi untuk mendukung pertumbuhan jamur menghasilkan serat selulosa. Hasil serat kemudian dibekukan dalam *cryocrushing* menggunakan nitrogen cair, dilanjutkan dengan penggerusan dan pencucian untuk mendapatkan serat dalam ukuran mikro (Janardhnan & Sain, 2006).

Metode isolasi dengan perlakuan menggunakan asam dengan pemanasan memiliki kesamaan tujuan dengan metode alkalinasi yaitu untuk menghilangkan lignin dan hemiselulosa (Pingali et al., 2010). Namun begitu penggunaan asam yang terlalu kuat dan tingginya suhu serta temperatur reaksi yang begitu lama dapat menyebabkan kerusakan struktur selulosa sehingga selulosa gagal untuk diisolasi (Radotic & Micic, 2016).

Metode alkalinasi diawali dengan memperlakukan serat dalam sodium hidroksida (NaOH) dan pelarut organik seperti Etanol, Metanol atau Toluena, untuk menghilangkan hemiselulosa dan lignin. Hasil yang diperoleh biasanya masih berwarna kecoklatan, sehingga metode ini kemudian diikuti dengan *bleaching* dan pencucian dengan campuran sodium klorit (NaOCl_2), Asam asetat, NaOH dan air untuk menghilangkan residu lignin dan hemiselulosa yang masih tersisa (Bhattacharya et al., 2008). Metode alkalinasi ini dapat dilakukan bersamaan dengan perlakuan mekanik dengan ultrasonikasi untuk mendapatkan serat dalam ukuran nano (Sun et al., 2004).

Berdasarkan hasil analisis jurnal beberapa tahapan ekstraksi dan isolasi selulosa dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6. Metode Ekstraksi dan Isolasi

No	Peneliti	Preparasi	Pre-Hidrolisis/ pre-treatment	<i>Dewaxing</i>	Delignifikasi	Dehemi selulosa	<i>Bleaching</i>
1.	Coniwanti et al., 2015	✓	✓	-	✓	✓	-
2.	Santoso et al., 2012	✓	-	-	✓	✓	-
3.	Megawati et al., 2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Salimi et al., 2021	✓	✓	✓	-	✓	✓
5.	Indriani et al., 2021	✓	-	-	✓	✓	-
6.	Agustriono & Musfiroh, 2017	✓	✓	-	✓	-	✓
7.	Hasanah et al., 2015	✓	✓	-	✓	-	✓
8.	Musfiroh et al., 2018	✓	✓	-	✓	-	✓
9.	Musfiroh et al., 2013	✓	✓	-	✓	-	✓
10.	Indriyati et al., 2016	✓	✓	-	✓	-	✓
11.	Hutomo et al., 2012	✓	-	-	✓	✓	✓
12.	Abdullaevich et al., 2021	-	-	-	-	-	-
13.	Suryadi et al., 2019	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Zulharmitta et al., 2012	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tahapan ekstraksi dan isolasi selulosa menggunakan metode Alkalinasi yang terdiri dari tahap prehidrolisis, tahap *dewaxing*, tahap delignifikasi, tahap dehemi selulosa dan tahap *bleaching*.

1. Tahap Preparasi

Tahap preparasi bertujuan untuk mempersiapkan dan memisahkan atau menghilangkan pengotor atau zat yang tidak diinginkan (selain analit) agar siap diuji (Flanagan et al., 2007).

Dari hasil analisis jurnal, sampel tanaman maupun limbah terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian sampel dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran agar pada saat ekstraksi tidak ada bahan lain selain yang diekstraksi. Setelah pencucian, beberapa sampel penelitian seperti (Musfiroh et al, 2013; Indriyati et al., 2016; Agustriono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2018) dimana sampel yang digunakan adalah tanaman eceng gondok. Setelah dicuci bersih dilakukan pemotongan (perajangan) untuk memperkecil ukuran, memperluas permukaan dan mengurangi sifat eceng gondok yang voluminous serta mempermudah proses pengeringan, selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 7 hari. Pengeringan ini dilakukan agar sampel dapat bertahan lebih lama dan tidak cepat rusak akibat aktivitas mikroba (Coniwanti et al., 2015).

Pengelolaan selanjutnya mengubah bentuknya menjadi serbuk kasar, kemudian dilanjutkan pengeringan selama 12 jam menggunakan oven pada suhu 95⁰C, ini dimaksudkan agar tidak adalagi kandungan air. Selanjutnya dilakukan pengayakan dengan ukuran 50 mesh agar diperoleh serbuk halus. Tahap ini dimaksud agar serbuk homogen, karena semakin kecil ukuran serbuk sampel akan memudahkan penetrasi pelarut lebih sempurna dan semakin tinggi selulosa yang diperoleh (Melisa et al., 2014). Sedangkan penelitian (Hasanah et al., 2015) menggunakan sampel tanaman yang sama dan proses yang sama tetapi yang membedakannya tidak dilakukan perajangan, tetapi langsung dilakukan penjemuran dibawah sinar matahari kurang lebih 7 hari.

Beberapa penelitian lainnya seperti (Santoso et al., 2012) sampel kulit

singkong, (Coniwanti et al., 2015) sampel kulit kacang tanah, (Salimi et al., 2021) sampel eceng gondok yang telah bersih dilanjutkan dengan penjemuran selama kurang lebih 7 hari, kemudian masuk proses penghalusan menjadi serbuk, setelah itu masuk tahap pengayakan dengan ukuran 50 mesh. Sedangkan penelitian (Salimi et al., 2021) tahap pengayakan menggunakan ayakan dengan ukuran 100 mesh. Penelitian (Santoso et al., 2012) pada tahap setelah penjemuran, peneliti melanjutkan dengan tahap pengeringan dengan oven suhu 50⁰C selama 2 jam, ini agar sampel tidak ada lagi kandungan airnya.

Penelitian lainnya seperti (Indriani et al., 2021) sampel serabut kelapa sawit lebih dulu dipotong, lalu lanjut tahap penghalusan menggunakan alat grinder, lalu disievieng dengan ayakan ukuran 50 mesh. Sedangkan penelitian (Zulharmitta et al., 2012) sampel rumput gajah terlebih dahulu di dirajang, baru selanjutnya dihaluskan menggunakan blender dan dikeringkan selama tiga hari.

Penelitian lainnya seperti (Megawati et al., 2017) sampel batang alang-alang terlebih dahulu dikeringkan dalam oven dengan suhu 50⁰C selama 2 jam, setelah proses pengeringan, sampel selanjutnya di blender halus menjadi serbuk.

Penelitian (Suryadi et al., 2019) sampel bambu betung, dalam penelitiannya menggunakan serbuk sampel jadi hasil pengolahan sebelumnya, yang selanjutnya dicuci dengan air lalu di keringkan menggunakan oven suhu 60⁰C

Penelitian (Hutomo et al., 2012) sampel *pod husk* kakao terlebih dulu dicuci dan dilanjutkan tahap perajangan dengan ukuran tebalnya sekitar 1 mm, lalu dikeringkan dengan alat pengering *cabinet* hingga total kadar air 7-8%, lanjut dengan penggilingan, baru setelah itu diayak dengan ukuran 60 mesh.

Dibawah ini telah dirangkum hasil analisis jurnal penelitian:

Tabel 7. Pengeringan dan Ukuran Ayakan Serbuk

Tumbuhan	Pengeringan/suhu	Ayakan	Penulis
----------	------------------	--------	---------

		(Mesh)	
Eceng Gondok	Oven selama 12 jam dengan suhu 95 ⁰ C	50	Musfiroh et al., 2013
Eceng Gondok	Oven selama 12 jam dengan suhu 95 ⁰ C	50	Indriyati et al., 2016
Eceng Gondok	Oven selama 12 jam dengan suhu 95 ⁰ C	50	Agustriono & Musfiroh, 2017
Eceng Gondok	Oven selama 12 jam dengan suhu 95 ⁰ C	50	Musfiroh et al., 2018
Eceng Gondok	Oven selama 12 jam dengan suhu 95 ⁰ C	50	Hasanah et al., 2016
kulit Singkong	Oven selama 2 jam dengan suhu 50 ⁰ C	50	Santoso et al., 2012
kulit kacang tanah	Oven selama 2 jam dengan suhu 50 ⁰ C	50	Coniwanti et al., 2015
Eceng Gondok	Oven selama 2 jam dengan Suhu 50 ⁰ C	100	Salimi et al., 2021
Serbuk Bambu Betung	Oven selama 8 jam dengan suhu 60 ⁰ C	-	Suryadi et al., 2019
<i>Podhusk</i> Kakao	<i>Cabinet dryer</i> kadar air 5-7 %	60	Hutomo et al., 2012
Rumput Gajah	Suhu kamar	-	Zulharmitta et al, 2012
Batang Alang-Alang	Oven Suhu 50 ⁰ C selama 2 jam	-	Megawati et al, 2017
serabut Kelapa Sawit	-	50	Indriani et al, 2021

Dari pembahasan dan tabel di atas dapat dikatakan bahwa tahapan preparasi dari semua penelitian hampir sama, hanya saja yang membedakannya dari jenis sampel/bahan, metode pengeringan baik alat, suhu, dan waktu pengeringan maupun ukuran ayakan yang digunakan.

2. Tahap Prehidrolisis/*Pretreatment*

Tahap prehidrolis bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan yang mudah larut (ekstraktif) sehingga meningkatkan kadar selulosa dari tumbuhan/limbah.

Dari hasil analisa, beberapa penelitian yang melakukan tahap *pretreatment*/prehidrolisis yaitu (Musfiroh et al., 2013; Hasanah et al., 2015; Indriyati et al., 2016; Musfiroh et al., 2018, Agustriono & Musfiroh et al., 2017) dengan serbuk eceng gondoknya, melakukan pemasakan serbuk eceng gondok dengan air hingga mendidih, hal ini berguna untuk mempercepat penghilangan hemiselulosa. Sedangkan penelitian (Coniwanti et al., 2015) dengan serbuk kulit kacang tanah, menggunakan larutan NaOH yang berfungsi merusak senyawa pengikat lignin agar lignin dengan mudah larut. Pada tahap prehidrolisis hasilnya dapat dilihat secara langsung dengan berubahnya warna dari pulp.

3. Tahap *dewaxing*

Tahap *dewaxing* adalah tahap penghilangan kandungan zat lilin, zat-zat pewarna, lemak, tannin dan zat-zat organik lainnya menggunakan pelarut tertentu dalam sampelnya. Tahap *dewaxing* bertujuan untuk mencegah pembentukan hasil-hasil kondensasi dengan lignin selama proses isolasi (Sjostrom, 1995).

Prinsipnya adalah mengekstrak zat lilin, lemak, tannin dan zat-zat pewarna dengan menggunakan pelarut organik seperti Etanol:Toluena (1:2) (Kunusa, 2017).

Beberapa penelitian seperti (Zulharmitta et al., 2012; Megawati et al., 2017; Suryadi et al., 2019; Salimi et al., 2021) menggunakan tahap ini.

Penelitian (Zulharmitta et al., 2012) dimana dalam tahap *dewaxing* menggunakan pelarut Hexan:Etanol dengan perbandingan 2:1 menggunakan alat refluk, proses yang dilakukan selama 6 jam tujuannya untuk menghilangkan senyawa polar dan non polar seperti lemak, lilin, klorofil dan protein. Sedangkan

penelitian (Suryadi et al., 2019) menggunakan pelarut dan perbandingan yang sama dengan (Zulharmitta et al., 2012) yang membedakan metode dan waktu yang digunakan, dimana menggunakan proses penyaringan secara mesarasi selama 24 jam.

Penelitian lainnya seperti (Megawati et al., 2017) dan (Salimi et al., 2021) sama-sama menggunakan metode soklet, bedanya dari pelarut yang digunakan. Penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan pelarut Etanol selama 3 jam pada suhu 115 °C dan (Salimi et al., 2021) menggunakan pelarut Toluena:Etanol dengan perbandingan 2:1 menggunakan soklet. Menurut (Kunusa, 2017) tahapan *dewaxing* dapat dihentikan pada saat semua senyawa zat lilin terekstrak yang ditunjukkan dengan warna pelarut berubah menjadi jernih atau bening.

Penggunaan pelarut organik yang bersifat polar dan non polar seperti (toluene-Etanol dan Hexan-Etanol pada beberapa penelitian, bertujuan agar senyawa ekstrak aktif pada bahan baku (serbuk) yang bersifat polar, semi polar, dan non polar dapat ditarik ikut masuk kedalam pelarut (Ischak et al., 2021).

Dibawah ini dirangkum dari analisis jurnal yang menggunakan tahap *dewaxing* sebagai berikut:

Tabel 8. Penggunaan Pelarut pada Tahap *Dewaxing*

Penulis	Pelarut	Konsentrasi (v/v)	Metode	Waktu
Megawati et al., 2017	Etanol	-	Soxhlet	3 jam
Salimi et al., 2021	Toluena-Etanol	2:1	Soxhlet	7 jam
Suryadi et al., 2019	Hexan-Etanol	2:1	Mesarasi	24 jam
Zulharmitta et al., 2012	Hexan-Etanol	2:1	Reflux	6 jam

4. Tahap Delignifikasi

Tujuan dari tahap delignifikasi yaitu untuk menghilangkan lignin, juga dapat mengurangi kristalinitas selulosa, dan meningkat porositas bahan. Selain

lignin terdapat juga zat nonselulosa lain seperti zat ekstraktif, tanin, resin yang melekat pada selulosa. Lignin merupakan salah satu bagian yang mengayu dari tanaman seperti janggol, kulit beras, biji, bagian serabut kasar, akar, batang dan daun. Lignin mengandung substansi yang kompleks dan merupakan suatu gabungan beberapa senyawa yaitu karbon, hidrogen dan oksigen (Satria, 2016).

Tahap delignifikasi dilakukan dengan larutan NaOH, karena larutan ini dapat menyerang dan merusak struktur lignin, bagian kristalin dan amorf, memisahkan lignin serta menyebabkan pengembangan struktur selulosa (Melda, 2018).

Dari hasil analisis hampir semua penelitian melakukan tahap delignifikasi, namun berbeda dari konsentrasi senyawa alkali, penggunaan suhu dan waktu pemanasan serbuk yang digunakan untuk menghilangkan lignin yang menempel dengan selulosa, diantaranya penggunaan NaOH dengan beberapa konsentrasi yang digunakan peneliti yaitu 5%, 10%, 12%, 18%, 25%, dan 30%.

Penelitian (Santoso et al., 2012) dan (Coniwanti et al., 2015) menggunakan NaOH dengan konsentrasi 10% pada suhu 35⁰C selama 5 jam waktu pemanasan menggunakan *hot plate*.

NaOH dengan konsentrasi 10% (b/v) dapat merusak struktur lignin pada bagian kristalin dan amorf, serta dapat memisahkan sebagian hemiselulosa (Coniwanti et al., 2015).

Penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan NaOH 5% pada suhu 100⁰C selama 2 jam proses waktu pemanasan.

Kemudian penggunaan NaOH 12% oleh (Hutomo et al., 2012) dengan suhu 100⁰C waktu pemanasan selama 3 jam.

Menurut (Hutomo et al, 2012) penggunaan NaOH selama 3 jam dapat menembus inti selulosa, mengubah kristal selulosa menjadi amorf sehingga selanjutnya dilakukan reaksi karboksimetilasi.

Penelitian (Musfiroh et al., 2013) menggunakan 2 konsentrasi NaOH yaitu 18% dan 25% selama 1 jam dilakukan dengan pemasakan, sama halnya dengan penelitian (Hasanah et al., 2016; Musfiroh et al., 2018) pemasakan dengan NaOH 25% dilakukan selama 1 jam. Selanjutnya penelitian (Agustriono & Musfiroh, 2017; Indriyati et al., 2016) perlakuannya pun sama, hanya berbeda dari penggunaan konsentrasi NaOH yang digunakan, yaitu NaOH 30%.

Penelitian (Zulharmitta et al, 2012; Suryadi et al, 2019) menggunakan 2 tahap penghilang lignin, pertama menggunakan Asam Nitrat 3,5% yang didalamnya mengandung natrium nitrit 40 mg untuk menghilangkan lignin dalam bentuk nitrilignin yang dapat larut. Proses pemanasan dilakukan selama 2 jam dengan suhu 90⁰C, kemudian tahap kedua dengan menambahkan NaOH 2% dan natrium sulfit 2% ini dilakukan pemanasan dengan suhu 50⁰C selama 1 jam, ini bertujuan untuk menyempurnakan pembebasan lignin dari ampas sehingga yang tersisa homoselulosa.

Selanjutnya penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan sodium hipoklorit 1% adalah dimana penggunaan Sodium hipoklorit digunakan setelah proses *bleaching* selama 3 jam pada suhu 75⁰C.

Pada tahap delignifikasi tidak hanya penggunaan NaOH untuk menghilangkan dan melarutkan lignin, tetapi senyawa asam dapat ditambahkan untuk menghilangkan kandungan lignin seperti Asam nitrat, kemudian Natrium sulfit dan Sodium hipoklorit 1% yang digunakan untuk pemutihan dapat juga sebagai penghilang lignin (Zulharmitta et al., 2016; Megawati et al., 2017).

Dibawah ini tabel yang merangkum penggunaan senyawa alkali dalam tahap delignifikasi:

Tabel 9. Penggunaan Pelarut pada Tahap Delignifikasi

Penulis	Pelarut	Konsentrasi (b/v)	Suhu (°)	Waktu
Santoso et al., 2012	NaOH	10%	35	5 jam
Coniwanti et al., 2015	NaOH	10%	35	5 jam
Indriani et al., 2021	NaOH	5%	90	1 jam
Hutomo et al., 2012	NaOH	12%	100	3 jam
Hasanah et al., 2015	NaOH	25%	Mendidih	1 jam
Agustriono & Musfiroh, 2017	NaOH	30%	Mendidih	1 jam
Musfiroh et al., 2018	NaOH	25%	Mendidih	1 jam
Musfiroh et al., 2013	NaOH	18 %	Mendidih	1 jam
		25 %		
Zulharmitta et al., 2012	HNO ₃	3,5 %	90	2 jam
	NaOH 2%+ Na ₂ SO ₃	2 %	50	1 jam
Megawati et al., 2017	NaOCl	1 %	75	3 jam
Indriyati et al., 2016	NaOH	30 %	Mendidih	1 jam

Dari tabel di atas penggunaan NaOH tertinggi adalah 30%, menurut (Indriyati et al., 2016) penggunaan NaOH 30% dapat melarutkan dan menghilangkan bentuk selulosa lain seperti beta selulosa, gamma selulosa, holoselulosa dan hemiselulosa, sehingga yang tersisa adalah alfa selulosa (Indriyati et al., 2016).

Setelah proses pencampuran senyawa dan pemanasan, sampel selanjutnya disaring untuk membuang lignin yang terlarut dalam larutan tersebut kemudian

sampelnya dicuci dengan air untuk membersihkan larutan NaOH yang masih menempel pada sampel.

5. Tahap Dehemiselulosa

Setelah tahap delignifikasi, beberapa penelitian melakukan tahap dehemiselulosa, untuk menghilangkan kandungan hemiselulosa yang masih terikat dengan selulosa, sebelumnya untuk menghilangkan lignin yang terikat dalam selulosa menggunakan NaOH dengan beberapa konsentrasi yang berbeda-beda. Dalam tahap dehemiselulosa untuk dapat menghilangkan hemiselulosa dapat digunakan juga larutan NaOH (Harborne, 1987).

Semua prosedur menggunakan NaOH dengan konsentrasi yang berbeda tidak mempengaruhi proses ekstraksi maupun isolasi hemiselulosa karena senyawa ini larut dalam pelarut basa. Pada saat pemanasan berlangsung, hemiselulosa akan melunak, dan pada saat hemiselulosa melunak serat yang sudah terpisah akan menjadi mudah berserabut (Harborne, 1987).

Menurut (Wang, 2008), kelarutan maksimal terjadi dengan larutan 8-10% NaOH dapat menembus daerah amorf selulosa, kemudian melarutkan selulosa dan merusak daerah kristalin. Kemudian sampel disaring dan dicuci dengan aquadest sampai pH netral. Pencucian dengan menggunakan air panas tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa pelarut. Dalam proses pelarutan selulosa dimulai dengan degradasi struktur serat dan fibril dan akan menghasilkan disintegrasi yang sempurna menjadi molekul-molekul individual dengan panjang rantai yang tidak berubah. Degradasi struktur supramolekul terjadi dengan pembengkakan dan penyisipan gugus kimia yang akan memecah ikatan-ikatan intramolekul dan melapisi molekul-molekul selulosa. Pembengkakan dan mekanisme pembubaran serat selulosa sangat tergantung pada kualitas pelarut. Menambahkan zat-zat penggelembung seperti NaOH, terjadi penggelembungan serat. Bila konsentrasi

NaOH ini cukup pekat yaitu 13% pada suhu 20⁰C bagian kristalin mulai menggelembung dan terjadi perubahan kisi-kisi kristal menjadi Selulosa II yang permanen (kisi-kristal selulosa dalam I = selulosa).

Beberapa penelitian melakukan tahap dehemiselulosa seperti, (Coniwanti et al., 2015; Santoso et al., 2012; Megawati et al., 2017; Salimi et al., 2021; Indriani et al., 2016; Hutomo et al., 2012; Suryadi et al., 2019; Zulharmitta et al., 2012).

Penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan NaOH 1% sebanyak 100 ml dan didiamkan selama 2 jam untuk menghilangkan kandungan hemiselulosa

Penelitian (Zulharmitta et al., 2012; Suryadi et al., 2019) menggunakan NaOH 17,5% sebagai tahap demhemiselulosa dengan suhu 80⁰C selama 30 menit waktu pemanasan berguna untuk pemisahan antara alfa selulosa, beta selulosa, dan gamma selulosa. Proses ini untuk mendapatkan alfa selulosa yang dapat digunakan untuk memproduksi karboksimetilasi.

Penelitian lainnya menggunakan larutan asam untuk tahap dehemiselulosanya yaitu penelitian (Santoso et al., 2012; Coniwanti et al., 2015) menggunakan Asam asetat (CH₃COOH) 10% dan Natrium klorida (NaCl) dengan suhu 75⁰C selama 1 jam waktu pemanasan. Penggunaan larutan CH₃COOH dan NaCl dikarenakan hemiselulosa larut dan terhidrolisis dengan asam mineral.

Dibawah ini telah dirangkum penggunaan Pelarut pada Tahap Dehemiselulosa:

Tabel 10. Penggunaan Pelarut pada Tahap Dehemiselulosa

Penulis	Pelarut	Konsentrasi	Suhu	Waktu
Coniwanti et al., 2015	Asam asetat + Natrium klorida	10 %	75	1 jam
		-		

Santoso et al., 2012	Asam asetat + Natrium klorida	10 %	75	1 jam
		-		
Megawati et al., 2017	Natrium hidroksida	1%	75	3 jam
Salimi et al., 2021	Natrium hidroksida	17,5 %	-	4 jam
Suryadi et al., 2019	Natrium hidroksida	17,5 %	80	30 menit
Zulharmitta et al., 2012	Natrium hidroksida	17,5 %	80	30 menit

6. Tahap *Bleaching*

Setelah proses pembuatan pulp secara selesai, masih terdapat tahapan proses untuk mendapatkan pulp dengan kualitas yang lebih baik karena pulp hasil proses tersebut berwarna gelap dan harus diputihkan terlebih dahulu. Tahap *bleaching* dilakukan untuk memutihkan pulp hasil tahap delignifikasi dikarenakan adanya senyawa lignin menyebabkan warna pulp menjadi kecoklatan sehingga perlu pemisahan lignin melalui tahap pemutihan (*bleaching*) (Putera, 2012).

Zat *bleaching* menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu, zat pemutih yang bersifat oksidator dan yang bersifat reduktor. Zat pemutih oksidator berfungsi untuk mendegradasi dan menghilangkan zat penyebab warna yaitu lignin. Zat pemutih reduktor berfungsi mendegradasi lignin secara hidrolisa dan membantu pelarutan senyawa lignin terdegradasi yang dihasilkan pada proses pemutihan sebelumnya.

Zat *bleaching* yang bersifat oksidator pada umumnya digunakan untuk pemutihan serat-serat selulosa dan beberapa diantaranya dapat pula dipakai untuk serat-serat binatang dan sintesis. Contohnya kaporit (CaOCl_2), Sodium chlorite (NaClO_2), Hidrogen peroksida (H_2O_2), Natrium peroksida (Na_2O_2)

Tahap *bleaching* dapat dilakukan dengan menggunakan H_2O_2 dan NaOCl (Sumada et al., 2011).

Berdasarkan hasil analisis beberapa penelitian seperti (Megawati et al., 2017; Salimi et al., 2021; Agustriyono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2013; Hasanah et al., 2015; Musfiroh et al., 2018; Indriyati et al., 2016; Hutomo et al., 2012; Suryadi et al., 2019; Zulharmitta et al., 2012) dalam proses ekstraksi dan isolasi selulosa melakukan tahap *bleaching*.

Penelitian (Zulharmitta et al., 2012) menggunakan campuran larutan Natrium hipoklorit 3,5% dan air (1:1) dilakukan pemanasan hingga mendidih untuk proses pemutihan pada suhu $100^{\circ}C$ selama 5 menit.

Penelitian (Salimi et al., 2021) menggunakan $NaClO_2$ 1% 100 ml selama 3 jam dalam suasana asam pada suhu $80^{\circ}C$ untuk proses pemutihan (*bleaching*).

Penelitian (Hutomo et al., 2012) diputihkan menggunakan NaOCl 6% pada suhu $60^{\circ}C$ selama 60 menit.

Penelitian (Musfiroh et al., 2013; Hasanah et al., 2015; Agustriyono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2018) menggunakan Natrium hipoklorit (NaOCl) ke dalam residu selama 4 jam dalam wadah tertutup sebagai proses pemutihan.

Penelitian (Indriyati et al., 2016) ditambahkan larutan pemutih Natrium hipoklorit (NaOCl) 12% hingga merendam residu dan dibiarkan selama 4 jam pada suhu kamar.

Penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan H_2O_2 10% sebagai proses pemutihan ditambahkan kedalam sampel yang ada dalam gelas kimia.

Penelitian (Megawati et al., 2017) menggunakan 2 proses *bleaching*, pertama ditambahkan larutan sodium hipoklorit 3% sebanyak 100 ml kedalam residu hasil penyaringan dilakukan diamkan selama 2 jam kemudian disaring, lanjut proses terakhir adalah pemutihan akhir untuk menghilangkan lignin yang

tersisa dilakukan menggunakan larutan sodium hipoklorit 1% sebanyak 100 ml diaduk pada suhu 75°C selama 3 jam.

Dibawah ini rangkuman penggunaan pelarut tahap *bleaching*:

Tahap 11. Penggunaan Pelarut pada Tahap *Bleaching*

Penulis	Pelarut	Konsentrasi (b/v)	Suhu (°C)	Waktu
Salimi et al., 2012	NaClO ₂	1 %	80	3 jam
Agustriono % Musfiroh et al., 2017	NaOCl	-	Suhu kamar	4 jam
Hutomo et al., 2012	NaOCl	6%	60	1 jam
Hasanah et al., 2015	NaOCl	-	Suhu kamar	4 jam
Musfiroh et al., 2018	NaOCl	-	Suhu Kamar	4 jam
Musfiroh et al., 2013	NaOCl	-	Suhu Kamar	4 jam
Zulharmitta et al., 2012	NaOCl	3,5 %	Mendidih	10 menit
	Air	-		
Megawati et al., 2017	NaOCl	3 %	-	2 jam
		3 %	75	3 jam
Indriyati et al., 2016	NaOCl	12%	Suhu Kamar	4 jam
Indriani et al., 2021	H ₂ O ₂	1%	-	-

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan pelarut dalam tahap *bleaching* paling dominan adalah NaOCl atau Natrium hipoklorit, dimana secara tradisional digunakan untuk memutihkan warna dari suatu zat (Melda, 2018: 11). Dalam hal ini NaOCl memiliki harga ekonomis lebih tinggi dibanding dengan bahan pemutih lainnya (Sulistya, 2020).

Tahap pemutihan menggunakan H₂O₂ atau Hidrogen peroksida merupakan agen delignifikasi yang banyak digunakan serta dapat menghilangkan lignin dan

hemiselulosa tanpa mengurangi serat selulosa secara signifikan (Wagiyanto, 2009).

Penggunaan NaClO_2 atau *sodium chlorite* sudah digunakan hampir 40 tahun di industri pemutihan serat tekstil (100% serat selulosa atau campuran dari bahan kimia dan serat selulosa). Keuntungannya dibandingkan bahan *bleaching* lainnya terletak pada selektifitas reaksi yang melindungi serat tekstil itu sendiri.

Dalam proses *bleaching* terdapat lignin yang masih tersisa pada residu, ini dapat dihilangkan dengan penambahan air panas. Penambahan air panas juga berfungsi untuk menghilangkan senyawa hipoklorit dan hemiselulosa. Hemiselulosa tersusun dari glukosa rantai pendek dan bercabang, dan hemiselulosa lebih mudah larut dalam air. Perolehan serat selulosa secara kimiawi dalam alkali dengan perlakuan *bleaching*, menunjukkan bahwa kandungan non selulosa telah hilang karena terlarutkan oleh pelarut yang digunakan (Wagiyanto, 2009).

4.1.4 Kadar Selulosa

Dari Sampel yang berhasil di ekstraksi maupun isolasi tersisa selulosanya, yang dapat di manfaatkan sebagai suatu produk, salah satunya yaitu *Carboxymethyl l Cellulose Sodium* (Na CMC).

Dibawah ini adalah hasil kadar selulosa analisis jurnal yang di peroleh, di sajikan dalam tabel:

Tabel 12. Kadar Selulosa

Nama Tumbuhan	Bagian Tumbuhan	Kadar Selulosa	Penulis
Kacang Tanah	Kulit	64,42 %	Coniwanti et al., 2015
Singkong	Kulit	80-85 %	Santoso et al., 2012
Alang-alang	Batang	96,7 %	Megawati et al., 2017
Eceng Gondok	Batang dan daun	65,41 %	Salimi et al., 2021
Eceng Gondok	Batang dan daun	19,87 %	Agustriono & Musfiroh, 2017
Eceng Gondok	Batang dan daun	89,0%	Hasanah at al., 2015


Eceng Gondok	Batang dan daun	15,278 %	Musfiroh et al., 2018
Eceng Gondok	Batang dan daun	76,53 % 71,35 %	Indriyati et al., 2016
Eceng Gondok	Batang dan daun	66,873%	Musfiroh et al., 2013
Kakao	Kulit Buah	63,342 %	Hutomo et al., 2012
Kapas	Buah	61-65 %	Abdullaevich et al., 2021
Kelapa Sawit	Serabut	85,39%	Indriani et al., 2021
Bambu betung	Batang	83,80 %	Suryadi et al., 2019
Rumput Gajah	Batang	67,68%	Zulharmitta et al., 2012

Kadar selulosa yang diperoleh dari sampel akan mempengaruhi kualitas Na CMC yang dihasilkan, yaitu saat tingkat kemurnian kadar selulosa semakin tinggi maka kualitas Na CMC yang didapatkan semakin baik (Indriani et al., 2021).

4.2 Natrium Karboksimetil Selulosa (Na CMC)

4.2.1 Definisi Natrium Karboksimetil selulosa (Na CMC)

Na CMC merupakan rantai polimer yang terdiri dari unit molekul selulosa. Setiap unit anhidroglukosa memiliki tiga gugus hidroksil dan beberapa atom hidrogen dari gugus hidroksil tersebut disubstitusi oleh karboksimetil (Coniwanti et al., 2015).

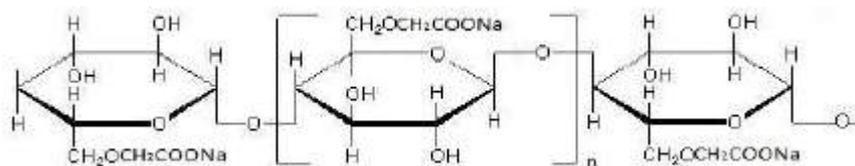

Gambar 4. Struktur Na-CMC (Fairus et al., 2014)

Na CMC merupakan senyawa anion bersifat *biodegradable*, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak beracun. Na CMC biasanya berbentuk butiran atau bubuk yang dapat larut dalam air tetapi, tidak dapat larut dalam larutan organik. Na CMC memiliki rentang pH sebesar 6,5-8 stabil pada rentang pH 2-10. Na CMC bereaksi dengan garam logam berat sehingga membentuk film yang tidak

larut dalam air. Na CMC tidak bereaksi dengan senyawa organik (Coniwanti et al., 2015).

Na CMC yang memiliki gugus natrium dimana berwarna putih hingga hampir putih, tidak berbau dan berasa, bubuk granular serta bersifat higroskopis setelah pengeringan. Praktis tidak larut dalam aseton, Etanol (95%), Eter, dan Toluena. Mudah terdispersi dalam air pada semua suhu, membentuk larutan koloid jernih. Kelarutan dalam air bervariasi tergantung pada derajat substitusi. Viskositas larutan Na CMC memiliki nilai 5-2000 mPa (5-2000 cP). Peningkatan konsentrasi menghasilkan peningkatan viskositas larutan. Larutan kental Na CMC stabil pada pH 4-10. Nilai pH optimum adalah netral (Rowe et al., 2009).

4.2.2 Fungsi Na CMC

Na CMC banyak digunakan di berbagai industri seperti, industri tekstil, kertas, detergen, kosmetik, makanan, dan farmasi (Eriningsih et al., 2011). Na CMC dalam industri farmasi dimanfaatkan sebagai eksipien. Fungsi dari Na CMC sebagai eksipien adalah sebagai *coating agent*, *stabilizing agent*, *suspending agent*, disintegran pada kapsul dan tablet, *tablet binder*, *viscosity-increasing agent*, dan *water-absorbing agent* (Rowe et al., 2009). Na CMC juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pembuatan *edible film* (Zahra, 2019).

Tabel 13. Fungsi Na CMC dan Konsentrasinya (Rowe et al., 2009)

Fungsi	Konsentrasi (%)
Zat pengemulsi	0,25-1,0
Zat Pembentuk gel	3,0-6,0
Injeksi	0,05-0,75
Sediaan Oral	0,1-1,0
Pengikat Tabel	1,0-6,0

4.2.3 Sintesis Na CMC

Proses sintesis Na CMC umumnya meliputi tahapan proses alkalisasi, karboksimetilasi, netralisasi, penyaringan, pemurnian dan pengeringan. Alkalisasi

dan karboksimetilasi merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Na CMC karena menentukan karakteristik Na CMC yang dihasilkan). Proses alkalisasi dilakukan dengan penambahan NaOH dan proses karboksimetilasi dilakukan penambahan natrium kloroasetat (Coniwanti et al., 2015).

Alkalisasi dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH yang bertujuan untuk mengaktifkan gugus-gugus -OH pada molekul selulosa dan mengembangkan selulosa. Pengembangan selulosa ini dapat memudahkan difusi reagen untuk proses selanjutnya, yaitu karboksimetilasi. Proses karboksimetilasi dilakukan dengan menggunakan reagen asam monokloroasetat (ClCH_2COOH) atau natrium monokloroasetat ($\text{ClCH}_2\text{COONa}$). Jumlah NaMCA yang digunakan berpengaruh terhadap substitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa (Pribadi, 1985).

Adapun reaksi yang terjadi pada proses alkalisasi dan karboksimetilasi adalah sebagai berikut:



Proses Alkalisasi:



Proses Karboksimetilisasi:



Selain reaksi pembentukan Na CMC, terjadi juga reaksi antara NaOH dengan Natrium kloroasetat membentuk produk samping berupa natrium glikolat dan Natrium klorida berdasarkan reaksi berikut:

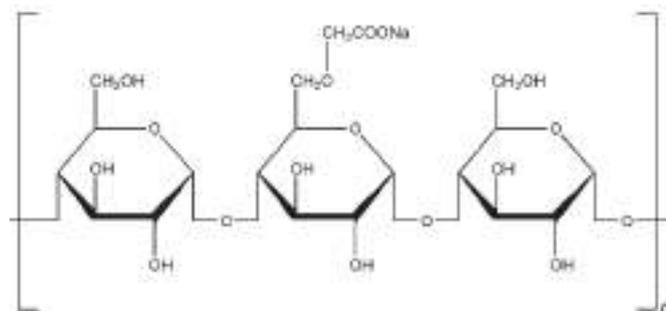

Gambar 5. Struktur Natrium Glikolat (Rowe et al., 2009)

Berdasarkan hasil analisis jurnal, sintesis Na CMC yang dilakukan oleh semua penelitian adalah alkalisasi, karboksimetilasi, netralisasi, penyaringan, pemurnian dan pengeringan dan beberapa penelitian lainnya seperti (Musfiroh et al., 2013; Hasanah et al., 2015; Agustriono & Musfiroh, 2017) menambahkan metode epiklorohidrin *crosslinking*, metode asam suksinat dan gabungan keduanya untuk meningkatkan Na CMC yang diperoleh.

Seperti yang diketahui bahwa dalam proses sintesis Na CMC terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tahap alkalisasi dan karboksimetilasi diantaranya konsentrasi reagen, waktu reaksi dan temperatur (suhu). Selain itu, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi proses sintesis Na CMC seperti pelarut/jenis media reaksi yang digunakan.

a. Tahap Alkalisasi

Berdasarkan hasil analisis, tahap alkalisasi dilakukan dengan menggunakan reagen Alkalisasi dengan media reaksi/pelarut yang sesuai. Sebelum itu, selulosa yang dihasilkan dilakukan pencampuran dengan reagen alkalisasi dan media reaksi/pelarut. Untuk reagen alkalisasi yaitu NaOH dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 2%, 10%, 11,59%, 15%, 20%, 25%, 28,41%, 30%, 40%.

Penelitian (Coniwanti et al., 2015; Santoso et al., 2012; Hutomo et al., 2012) menggunakan NaOH dengan beberapa konsentrasi berbeda seperti penelitian (Coniwanti et al., 2015) konsentrasi NaOH yang digunakan 10%, 15%, 20%, 25%, 30% (b/v), kemudian penelitian (Santoso et al., 2012) menggunakan NaOH dengan konsentrasi 2%, 10%, 30%, 40%, kemudian penelitian (Hutomo et

al., 2012) konsentrasi NaOH yang digunakan 11,59%, 15%, 20%, 25%, 28,41%. ketiga penelitian ini sama-sama menggunakan pelarut Isopropil alkohol, yang membedakan dengan ke tiga yaitu dari waktu dan suhunya dimana penelitian (Hutomo et al., 2012) dimana waktu pencampuran selama 60 menit dengan suhu penangas air, selain itu dua penelitian lainnya waktu reaksi pencampuran dan pemanasan sama yaitu 90 menit dengan suhu 30⁰C. Proses pencampuran dibantu menggunakan *magnetik stirer* dengan kecepatan 500 rpm.

Penelitian lainnya menggunakan pelarut, waktu reaksi, suhu dan pengadukan yang sama yaitu dari penelitian (Megawati et al., 2017) tetapi berbeda jumlah NaOH yang digunakan yaitu 20 ml, sama hal dengan penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan jumlah NaOH yang sama yaitu 20 ml, yang membedakan adalah dari waktu pengadukan sampel yaitu 90 menit dan pelarut yang digunakan yaitu penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan perbandingan media reaksi/pelarut Isopropanol-Etanol dengan perbandingan (20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20) ml dengan waktu pencampuran 90 menit.

Penelitian lainnya yaitu (Salimi et al., 2021) juga menggunakan perbandingan media reaksi yaitu Etanol-isobutanol dengan perbandingan (80:20) ml, (50:50) ml, (20:80) ml dimana konsentrasi NaOH yang digunakan 10% dengan waktu pencampuran 60 menit dalam erlenmeyer pada suhu ruang.

Penelitian lainnya yang menggunakan waktu reaksi dan suhu yang sama yaitu (Suryadi et al., 2019) yang membedakan dari reagen alkalisasi, dimana NaOH yang digunakan 25% didalamnya terkandung 1,7% natrium tetroborat dengan pelarutnya yaitu Isopropil alkohol.

Penelitian lainnya yang menggunakan pelarut (Isopropil alkohol) dan waktu yang sama (1 jam) yaitu (Zulharmitta et al., 2016) yang membedakannya dari konsentrasi NaOH yaitu 30% dan suhu yang digunakan 60⁰C dalam waterbath.

Beberapa penelitian seperti (Hasanah et al., 2015; Agustriono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2013; Musfiroh et al., 2013; Indriyati et al., 2016) menggunakan konsentrasi reagen yang sama yaitu NaOH 40%, begitupula dengan waktu pengadukan 90 menit dan suhu ruang itu sama, yang membedakannya dari pelarut yang digunakan, dimana penelitian (Agustriono & Musfiroh et al., 2017; Musfiroh et al., 2013) menggunakan 2 pelarut berbeda dan ada campuran dari kedua pelarut yaitu Isopropil alkohol, Isobutil alkohol, dan campuran Isopropil alkohol-Isobutil alkohol dengan perbandingan (4:1), sedangkan 3 penelitian lainnya menggunakan pelarut yang sama yaitu Isopropil alkohol.

Penelitian lainnya yaitu (Abdullaevich et al., 2021) menggunakan pelarut Etil alkohol dengan konsentrasi NaOH yang digunakan 35% dengan waktu pencampuran dan pengadukan 15 menit dengan suhu 16⁰C.

Dibawah ini akan dirangkum tahapan alkalisasi;

Tabel 14. Tahap Alkalisasi

Konsentrasi NaOH (%)	Pelarut dan Konsentrasi	Waktu (menit)	Suhu (⁰ C)	Penulis
20 ml	Isopropil alkohol	90	30	Megawati et al., 2017
	Isopropanol-Etanol dengan perbandingan (20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20) ml	60	30	Indriani et al., 2021
2	Isopropil alkohol	90	30	Santoso et al., 2012
10	Isopropil alkohol	90	30	Santoso et al., 2012 Coniwanti et al., 2015
	Etanol-Isobutanol dengan perbandingan (80:20) ml, (50:50)	60	Suhu ruang	Salimi et al., 2021

	ml, (20:80) ml			
11,59	Isopropil alkohol	60	Suhu Penangas Air	Hutomo et al., 2012
15	Isopropil alkohol	90	30	Coniwanti et al., 2015
20	Isopropil alkohol	90	30	Coniwanti et al., 2015 Santoso et al., 2012
		60	Suhu Penangas Air	Hutomo et al., 2012
25	Isopropil alkohol	90	30	Coniwanti et al., 2015
		60	Suhu Penangas Air	Hutomo et al., 2012
25 % (mengandung 1,7% natrium tetraborat)		60	Suhu Ruang	Suryadi et al., 2019
28,41	Isopropil alkohol	60	Suhu Penangas Air	Hutomo et al., 2012
30	Isopropil alkohol	90	30	Coniwanti et al., 2015 Santoso et al., 2012
		60	60	Zulharmitta et al., 2012
35	Etil Alkohol	90	16	Abdullaevich et al., 2021
40	Isopropil alkohol	90	30	Santoso et al., 2012
			Suhu Ruang	Musfiroh et al., 2013 Hasanah et al., 2015 Indriyati et al., 2016

	Isopropil alkohol, Isobutil alkohol, dan campuran isopropil alkohol-Isobutil alkohol dengan perbandingan (4:1)			Agustriono & Musfiroh, 2017 Musfiroh et al., 2018
--	--	--	--	--

Dari tabel di atas, media reaksi/pelarut yang umumnya sering digunakan adalah Isopropil alkohol yang mana berperan sebagai media untuk menyeragamkan reaksi karboksimetilasi, berfungsi juga untuk menaikkan derajat substitusi, sebagai *swealing agent*, mendispersikan selulosa, menaikkan laju kinetika reaksi dan media pertukaran panas (Aprilia, 2009), serta sebagai pengencer yang memfasilitasi NaOH untuk berpenetrasi dengan baik pada selulosa (Rahmania & Husni, 2013).

Penelitian lainnya menggunakan jenis pelarut berbeda, yaitu Isopropil alkohol, Isobutil alkohol, dan pelarut campuran Isopropil alkohol-Isobutil alkohol (4:1). Dimana pelarut yang digunakan memiliki kepolaran yang berbeda, yaitu Pelarut campuran memiliki laju polinomial yang relatif kecil yaitu 4,22, Isobutil alkohol memiliki indeks polaritas 3,9 dan Isopropil alkohol 4,3 tetapi Isopropil alkohol memiliki kekurangan, tidak baik untuk Natrium hidroksida, sehingga digunakan konsentrasi Natrium hidroksida yang lebih tinggi (40%). Pelarut dengan polaritas yang relatif kecil dapat meningkatkan laju reaksi pembentukan Na CMC (Agustriono & Musfiroh, 2017; Musfiroh et al., 2018).

Penelitian lainnya yang menggunakan campuran media reaksi Etanol-isobutanol berfungsi untuk menyediakan aksebilitas reagen NaMCA kepusat-pusat anhidroglukosa dalam reaksi yang terjadi selama sintesis Na CMC (Mahendra, 2017).

Waktu pencampuran selulosa dalam tahap alkalisasi berkisar 60-90 menit, serta suhunya berkisar 25⁰C-60⁰C.

Pada tahap alkalisasi terjadi reaksi substitusi antara gugus hidroksil NaOH menghasilkan alkali selulosa berupa larutan kental berwarna coklat muda. Kemudian sintesis dilanjutkan pada tahap karboksimetilasi.

b. Tahap Karboksimetilasi

Setelah tahap alkalisasi dilanjutkan dengan tahap karboksimetilasi, dengan menambahkan asam monokloroasetat dan bentuk garam lainnya seperti natrium kloroasetat dan natrium monokloroasetat.

Berdasarkan hasil analisis beberapa penelitian menambahkan natrium kloroasetat sebagai lanjutan dari tahap alkalisasi.

Penelitian (Coniwanti et al., 2015) menambahkan Natrium kloroasetat (4, 6, 8, 10) g dengan waktu pencampuran dipanaskan selama 4 jam pada suhu 70°C dan dilakukan pengadukan 500 rpm.

Penelitian (Megawati et al., 2017) menambahkan Natrium kloroasetat 3 g kedalam campuran sehingga terjadi Eterifikasi diaduk dengan kecepatan 500 rpm selama 6 jam sambil dilakukan pemanasan pada suhu 70°C.

Penelitian (Santoso et al., 2012) menambahkan Natrium kloroasetat (1, 2, 3, 4, 5) g dengan waktu pencampuran selama 6 jam, diaduk dengan kecepatan 500 rpm sambil dilakukan pemanasan suhu (50, 60, 70, 80) °C.

Penelitian (Zulharmitta et al., 2016) menambahkan 250 g natrium kloroasetat bersama dengan isopropanol selama 4 jam pada suhu 60°C dalam *waterbath*.

Beberapa penelitian lainnya menambahkan natrium monokloroasetat secara perlahan-lahan selama 30 menit dengan suhu 55°C selama 3,5 jam (Musfiroh et al., 2013; Indriyati et al., 2016; Musfiroh et al., 2018; Hasanah et al., 2015; Agustriyono & Musfiroh, 2017; Salimi et al., 2021).

Beberapa penelitian lainnya juga menambahkan natrium monokloroasetat tetapi yang membedakan dari berat NaMCA, waktu pencampuran dan suhunya seperti penelitian (Hutomo et al., 2012) menambahkan natrium monokloroasetat dengan beberapa berat (3,18, 4, 5, 6, 6,68) g pada berbagai suhu (46,59, 50, 55, 60 dan 64,41)⁰C selama 180 menit.

Penelitian (Suryadi et al., 2019) juga menambahkan natrium monokloroasetat dan dilakukan pengadukan secara terus menerus selama 1,5 jam, dicampur dan ditutup dengan aluminium foil dan diletakan kedalam *hotplate* selama 3 jam dengan suhu 55⁰C.

Penelitian lainnya menambahkan Asam trikloroasetat sebagai tahap lanjutannya seperti penelitian (Indriani et al., 2021) dimana Asam trikloroasetat yang digunakan 3 konsentrasi yaitu 15%, 20%, 25%. Campuran dipanaskan dengan suhu 45⁰C selama 3 jam.

Penelitian lainnya (Abdullaevich et al., 2021) menambahkan asam monokloroasetat kedalam campuran dan diaduk kuat selama selama 15 menit pada suhu 16⁰C dan tingkatkan lagi suhunya menjadi 80⁰C selama 3 jam.

Dibawah ini dirangkum tahap Karboksimetilasi;

Tabel 15. Tahap Karboksimetilasi

Reagen Karboksimetilasi	Berat/Konsentrasi	Waktu	Suhu (⁰ C)	Peneliti
Natrium Kloroasetat	4 g 6 g 8 g 10 g	4 jam	70	Coniwanti et al., 2015
	1 g 2 g 3 g 4 g 5 g	6 jam	50 60 70 80	Santoso et al., 2012
	250 g	4 jam	60	Zulharmitta et al., 2016
Natrium	-	3,5 jam	55	Musfiroh et al.,

monokloroasetat				2013; Indriyati et al., 2016; Musfiroh et al., 2018; Hasanah et al., 2015; Salimi et al., 2021
	5 g			Agustriono & Musfiroh, 2017;
	3,18 g 4 g 5 g 6 g 6,68 g	3 jam	46,59 50 55 60 64,41	Hutomo et al., 2012
	26 g	3 jam	55	Suryadi et al., 2019
	Asam trikloroasetat	15% 20% 25%.	3 jam	45
Asam monokloroasetat	-	3 jam	80	Abdullaevich et al., 2021

Dari tabel di atas terdapat beberapa konsentrasi yang digunakan oleh peneliti. Menurut (Pribadi, 1989) jumlah natrium monokloroasetat, natrium kloroasetat, asam trikloroasetat dan asam monokloroasetat yang juga berpengaruh terhadap substitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa. Selain itu penggunaan pelarut organik dalam reaksi karboksimetilasi adalah untuk menyediakan aksesibilitas reagen esterifikasi ke pusat-pusat reaksi dari rantai selulosa (Pitaloka et al., 2015). Seperti konsentrasi NaOH yang terlalu rendah (2%) pada proses alkalisasi akan membatasi konversi selulosa menjadi alkali selulosa yang selanjutnya berpengaruh pada proses karboksimetilasi. Namun, konsentrasi NaOH yang terlalu tinggi (40%) dapat pula menyebabkan Na CMC yang terbentuk terdegradasi oleh NaOH yang berlebihan. NaOH juga dapat bereaksi dengan reagen karboksimetilasi dan meningkatkan pembentukan produk samping natrium

glikolat dan Natrium klorida dan zat pengotor lainnya. Semakin banyak jumlah natrium monokloroasetat (250 g) yang digunakan akan menyebabkan semakin banyak pula gugus fungsi dalam Na CMC yang tersubstitusi dengan gugus karboksimetil (Ismail et al., 2010).

- c. Tahap Pemisahan Produk Samping, Netralisasi, Penyaringan, pemurnian, Pengerinan.

Adanya pembentukan produk samping atau zat pengotor lainnya dalam Na CMC yang dihasilkan, oleh karena itu dilakukan tahap selanjutnya untuk menghilangkan produk samping maupun pengotor.

Dibawah ini dirangkum dari hasil analisis jurnal yang diperoleh;

Tabel 16. Tahap Pemisahan Produk Samping, Netralisasi, Penyaringan, pemurnian, Pengerinan

Tahap Pemisahan Produk Samping	Tahap Netralisasi	Tahap Penyaringan	Tahap Pemurnian (pencucian)	Tahap pengerinan	Peneliti
-	Asam asetat 90% (b/v)	Corong Buchner	Metanol 70%	Suhu 50 ⁰ C	Coniwa nti et al., 2015
-	Asam asetat 90% (b/v)	Corong Buchner	Metanol 70%	Suhu 70 ⁰ C	Santoso et al., 2012
-	Asam asetat	Corong Buchner	Metanol	Suhu 50 ⁰ C	Megawati et l., 2017
-	Asam asetat glasial	-	Etanol 96%	Suhu 70 ⁰ C	Salimi et al., 2021
Metanol	Asam asetat	Disaring	-	Suhu 70 ⁰ C	Indriani et al., 2021
	Asam asetat 90%				Hutom o et al., 2012
Metanol	Asam asetat glasial	Corong sinter	Etanol 10 menit	Suhu 55 ⁰ C	Suryadi et al.,

			Setelah itu Metanol		2019
Metanol	Asam asetat 90%	Disaring	Etanol Setelah itu Metanol murni	Suhu 60 ⁰ C	Indriyat i et al., 2016; Agustri ono &Musfi roh, 2017 Musfiro h et al., 2013; Musfiro h et al., 2018
-	HCl 0,1 N	Disaring	Etanol 96%	Suhu 60 ⁰ C	Zulhar mitta et al., 2012
-	-	Saringan kaca	Etanol	Suhu 60- 70 ⁰ C	Abdulla evich et al., 2021

Dari tabel di atas untuk memisahkan Na CMC dari produk sampingnya, Metanol ditambahkan kedalam campuran. Umumnya Asam asetat, Asam asetat glasial dan Asam Klorida digunakan untuk menetralkan produk karena proses reaksi berjalan pada suasana basa. Na CMC yang telah dinetralkan kemudian dicuci dengan Etanol dan Metanol murni untuk menghilangkan sisa asam glikolat dan pengotor lain. Na CMC yang sudah bersih kemudian di keringkan dengan menggunakan oven pada suhu 50⁰C-70⁰C selama 24 jam (Indriyati et al., 2016; Zulharmitta et al., 2012; Hutomo et al., 2012; Salimi et al., 2016).

4.2.4 Hasil sintesis Na CMC

Adapun hasil sintesis dari Na CMC yaitu;

Tabel 17. Hasil sintesis Na CMC

No.	Sampel & Pustaka	Pelarut	Massa Na CMC	% Hasil Rendamen
-----	------------------	---------	-----------------	---------------------

1.	Na CMC dari Eceng Gondok (Agustriono & Musfiroh, 2017)	Isopropil alkohol	-	111,97%
		Isobutil alkohol	-	83,35%
		Isopropil alkohol- Isobutil alkohol	-	100,6%
2.	Na CMC dari Bambu Betung (Suryadi et al., 2019)	Isopropil alkohol	19,0805	95.36%
			19,7198	98.51%
			21,7605	108.76%
3.	Na CMC dari <i>Po husk Cacao</i> (Hutomo et al., 2012)	Isopropil alkohol	-	141,60%
4.	Na CMC dari rumput gajah (Zulharmitta et al., 2012)	Isopropanol	300	20,87%
5.	Na CMC dari singkong (Santoso et al., 2012)	Isopropil alkohol	-	22%
6.	Na CMC dari eceng gondok (Musfiroh et al., 2013)	Isopropil alkohol	-	111,97%
		Isobutil alkohol		83,35%
		Isopropil alkohol-Isobutil alkohol		100,64%
7.	Na CMC dari eceng gondok (Indriyati et al., 2016)	Isopropil alkohol	4,28	96,87%
			4,85	85,03%

4.2.5 Karakterisasi Na CMC

a. Pemeriksaan Organoleptik

Uji organoleptik adalah cara penilaian dengan hanya menggunakan indera manusia (sensorik). Pada penelitian ini uji organoleptik yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekstur, warna, bau, dan kelarutan (SNI 01-2346-2006).

Menurut (SNI 01-2346-2006) Na CMC standar berupa serbuk halus, berwarna putih, dan tidak berbau.

Dibawah ini dirangkum hasil Uji Organoleptik dari hasil analisis jurnal:

Tabel 18. Hasil Karakteristik Uji Organoleptik

No.	Sampel	Hasil	Persyaratan
-----	--------	-------	-------------

			FI/JECFA/ SNI																								
1.	Daun dan Batang Eceng Gondok (Salimi et al., 2021)	Butiran, berwarna putih kuning gading dan tidak berbau	Serbuk halus, berwarna putih, kuning gading dan tidak berbau																								
2.	Batang Rumput Gajah (Zulharmitta et al., 2012)	Serbuk halus, Putih kuning gading, Tidak berbau	Serbuk halus Putih kuning gading Tidak berbau																								
3.	Seluruh bagian Eceng gondok Jatinangor (Indriyati., 2021)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Non Crosslink</th> <th>Crosslink</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Warna</td> <td>Putih</td> <td>Putih Kekuningan</td> </tr> <tr> <td>Bau</td> <td>Tidak Berbau</td> <td>Tidak Berbau</td> </tr> <tr> <td>Rasa</td> <td>Tidak Berasa</td> <td>Tidak Berasa</td> </tr> <tr> <td>Bentuk</td> <td>Serbuk</td> <td>Serbuk</td> </tr> </tbody> </table>		Non Crosslink	Crosslink	Warna	Putih	Putih Kekuningan	Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Rasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Bentuk	Serbuk	Serbuk	Serbuk halus Putih kuning gading Tidak berbau									
		Non Crosslink	Crosslink																								
Warna	Putih	Putih Kekuningan																									
Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau																									
Rasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa																									
Bentuk	Serbuk	Serbuk																									
Seluruh bagian eceng gondok Lembang (Indriyati., 2021)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Non Crosslink</th> <th>Crosslink</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Warna</td> <td>Putih</td> <td>Putih Kekuningan</td> </tr> <tr> <td>Bau</td> <td>Tidak Berbau</td> <td>Tidak Berbau</td> </tr> <tr> <td>Rasa</td> <td>Tidak Berasa</td> <td>Tidak Berasa</td> </tr> <tr> <td>Bentuk</td> <td>Serbuk</td> <td>Serbuk</td> </tr> </tbody> </table>		Non Crosslink	Crosslink	Warna	Putih	Putih Kekuningan	Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Rasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Bentuk	Serbuk	Serbuk											
	Non Crosslink	Crosslink																									
Warna	Putih	Putih Kekuningan																									
Bau	Tidak Berbau	Tidak Berbau																									
Rasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa																									
Bentuk	Serbuk	Serbuk																									
4.	Seluruh bagian eceng gondok (Agustriono & Musfiroh., 2017)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>P</th> <th>B</th> <th>M</th> <th>SP</th> <th>SB</th> <th>SM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putih</td> <td>Putih</td> <td>Putih</td> <td>Putih-krem</td> <td>Putih-krem</td> <td>Putih-krem</td> </tr> <tr> <td>Tidak berbau</td> <td>Tidak berbau</td> <td>Tidak berbau</td> <td>Hampir tidak berbau</td> <td>Hampir tidak berbau</td> <td>Hampir tidak berbau</td> </tr> <tr> <td>Tidak berasa</td> <td>Tidak berasa</td> <td>Tidak berasa</td> <td>Tidak berasa</td> <td>Tidak berasa</td> <td>Tidak berasa</td> </tr> </tbody> </table>	P	B	M	SP	SB	SM	Putih	Putih	Putih	Putih-krem	Putih-krem	Putih-krem	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Hampir tidak berbau	Hampir tidak berbau	Hampir tidak berbau	Tidak berasa	Serbuk halus Putih kuning gading Tidak berbau					
		P	B	M	SP	SB	SM																				
		Putih	Putih	Putih	Putih-krem	Putih-krem	Putih-krem																				
		Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Hampir tidak berbau	Hampir tidak berbau	Hampir tidak berbau																				
Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa	Tidak berasa																						
5.	Daun dan batan Eceng gondok	Na CMC bukan tautan silang	Bubuk, Bubuk, putih pucat, tidak berbau																								
		Tautan Silang Na CMC	Bubuk, Bubuk, putih																								
			Bubuk, putih pucat, tidak berbau																								

	(Hasanah et al., 2015)	(1:10)	pucat, tidak berbau	
		Tautan Silang Na CMC (1:5)	Bubuk, Bubuk, putih pucat, tidak berbau	
		Tautan Silang (1:2.5)	Bubuk, Bubuk, putih pucat, tidak berbau	
6.	Batang Bambu Betung (Suryadi et al., 2019)	Bubuk putih pucat, tidak berbau, tidak berasa		Bubuk putih pucat, tidak berbau, tidak berasa

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa uji organoleptik sampel telah memenuhi standar persyaratan Na CMC.

b. Derajat Substitusi

Derajat substitusi (DS) merupakan parameter yang penting dalam menentukan kualitas dari Na CMC. Yang dihasilkan. Dimana uji DS dilakukan untuk mengetahui secara langsung jumlah gugus hidroksil (OH) yang tergantikan oleh natrium monoklorasetat dan garam lainnya sebagai tanda terbentuknya Na CMC (Salimi et al., 2021).

Secara kualitatif, penentuan derajat substitusi dapat ditentukan berdasarkan hasil analisis spektrum FTIR. Nilai intensitas %T dari gugus -OH dan gugus ester. Derajat substitusi dapat dihitung dengan persamaan 2 dan 3 (Dalimunthe, 2016).

Derajat substitusi ditentukan dengan persamaan berikut:

$$\% \text{ Na CMC} = [(V_o - V_n) \times 0,058 \times 100] / M$$

$$\text{DS} = [162 \times \% \text{ CMC} / [5800 - (57 \times \% \text{ Na CMC})]]$$

Keterangan:

V_o = ml asam klorida yang digunakan untuk menitrasi blanko.

V_n = ml asam klorida yang digunakan untuk menitrasi sampel.

M = berat sampel (gram).

Tabel 19. Hasil Karakteristik Uji Derajat Substitusi

No	Sampel	Reagen	Reagen	Media	Suhu	Hasil	Standar
----	--------	--------	--------	-------	------	-------	---------

		Alkalisasi	Karboksimetilasi	reaksi			
1.	Kulit Kacang Tanah (Coniwanti et al., 2015)	konsentrasi NaOH 10 %, 20 %, 25 %, 30 %	SCA 4 g, 6 g, 8 g, 10 g	Isopropil alkohol	70 ⁰ C	Paling optimum NaOH 20% , SCA 6 g dengan DS 0,73	Grade 1 : 0,7-1,2 Grade 2 : 0,4-0,1 (SNI 06-3736-1995)
2.	Kulit Singkong (Santoso et al., 2012)	konsentrasi NaOH 2%, 10 %, 20 %, 30%, 40%	SCA 1g, 2g, 3g, 4 g, 5 g	Isopropil alkohol	50 ⁰ C 60 ⁰ C, 70 ⁰ C, 80 ⁰ C	Paling optimum NaOH 20%, suhu 70 ⁰ C SCA 3g dengan DS 0,705	0,20-1,50 (FAO, 2011)
3.	Seluruh bagian Eceng Gondok (Salimi et al., 2021)	konsentrasi NaOH 10 %	-	Etanol-Isobutanol (80:20; 20: 80, 50:50) ml	55 ⁰ C	Etanol-Isobutanol 80:20 ml = 0,8560; 20: 80 ml = 0,1703, 50:50 ml = 0,42044	0,948 (Standar baku Na CMC)
4.	Serabut kelapa sawit (Indriani et al., 2021)	konsentrasi NaOH 15% dan 20 %	TCA 15%, 20%, 25%	campuran isopropanol-Etanol 20:80; 40:60; 50:50; 60:40; 80:20	45 ⁰ C	Paling optimum campuran isopropanol-Etanol 80:20, TCA 25, NaOH 20 % dengan DS 0.8124	Grade 1 : 0,7-1,2 Grade 2 : 0,2-0,1 (SNI 3736-199)
5.	Batang Bambu Betung (Suryadi et al., 2019)	Konsentrasi NaOH 25 % dan Natrium Tetraborat	SMCA	Isopropil alkohol	55 ⁰ C	0,7073	0,7433 (Standar baku Na CMC)

		(1,7%)					
6.	Kulit Pod husk cocoa (Hutomo et al., 2015)	konsentrasi NaOH 15 %	4 g SMCA	Isopropil alkohol	55,93 ⁰ C	0,75±0,01	≤0,85 (ASTM D1439-94)
7.	Daun dan batan Eceng gondok (Hasanah et al., 2015)	konsentrasi NaOH 25 %	SCMA	Na CMC non Crosslink, Crosslink Na-CMC 1:2:5, Crosslink Na CMC 1:5	50 ⁰ C	Na CMC non Crosslink: 0,285. Crosslink Na-CMC 1:2,5; 0, 285 Crosslink Na CMC 0,14, Crosslink Na-CMC 1: 5 : 0,063 Crosslink Na-CMC 1:10 : 0,035.	0,2-9,5 (JECA/FI 4/ SNI 06-3736-1995) Standar Na CMC 0,17
8.	Seluruh bagian eceng gondok (Musfirah et al., 2018)	NaOH 25 %	SMCA	Isopropil alkohol dan campuran isopropil alkohol dengan isobutyl alkohol dengan (non crosslink, crosslink epiklorohidrin, asam suksinat)	-	Nilai DS tertinggi pada media reaksi pelarut campuran isobutyl alkohol dan isopropil alkohol yaitu 0,8 dan pelarut isobutyl non crosslink 0,77	Grade 1 : 0,7 -1,2 Grade 2 : 0,2-1,0 (FAO, 2011)
9.	Linter	NaOH	Asama	Etil	80	0.75	≤0,2 dan

	Kapas (Adullaevic et al., 2021)	35 %	Kloroasetat	alkohol			$\geq 1,50$
--	------------------------------------	------	-------------	---------	--	--	-------------

Dari tabel di atas, beberapa penelitian melakukan pengujian DS dengan beberapa metode untuk menghasilkan nilai DS yang optimum dan tinggi. Seperti halnya penelitian (Coniwanti et al., 2015) dimana didapatkan DS optimum pada penambahan NaOH 20% dan mengalami penurunan nilai DS pada penambahan 25 % dan 30 % sedangkan penambahan 10 % dan 15 % meningkat tetapi dalam hal ini masih kurang. Selain itu pengaruh penambahan jumlah SCA juga semakin meningkatkan nilai DS dan semakin menurun setelah mencapai titik optimum, dalam hal ini titik optimum penambahan SCA yaitu pada penambahan SCA 6 g dan menurun pada penambahan SCA 8 g sampai 10 g.

Sama halnya dengan penelitian (Santoso et al., 2012) dimana diperoleh nilai DS pada kondisi optimum pada konsentrasi NaOH 20% dan SCA 3 g sedangkan konsentrasi NaOH 2 % dan 10 % terbilang rendah karena tidak memenuhi kriteria DS. Adanya penurunan nilai DS karena konsentrasi/penambahan NaOH yang rendah ini disebabkan karena konsentrasi NaOH yang rendah atau terbatas tidak dapat mengkonversi selulosa menjadi alkali selulosa yang nantinya membentuk Na CMC. Menurut (FAO, 2011) apabila nilai DS kurang dari 0,20 maka kelarutannya semakin kecil, begitupun sebaliknya. Sehingga yang diperlukan adalah nilai DS yang tinggi dan optimum.

Kemudian adanya penurunan nilai DS akibat penambahan/konsentrasi NaOH menurut Togrul dan Arslan (2003) dimana kelebihan NaOH akan beraksi dengan natrium kloroasetat membentuk natrium glikolat dan natrium klorida sebagai produk samping yang membuat pembentukan Na CMC berkurang.

Sehingga dapat dikatakan semakin banyak produk samping yang terbentuk maka akan menurunkan derajat substitusi dari Na CMC tersebut.

Penelitiannya lainnya yang menggunakan metode variasi media reaksi untuk melihat pengaruhnya masing-masing variasi media reaksi dengan nilai DS sesuai standar, seperti penelitian (Salimi et al., 2021) dimana didapatkan nilai DS tertinggi pada variasi media reaksi etanol-isobutanol 20:80 dengan perolehan DS yaitu 0,8560.

Sama halnya dengan penelitian (Indriani et al., 2021) menggunakan media reaksi, dimana didapatkan adanya pengaruh komposisi media reaksi terhadap nilai DS dimana semakin bertambahnya volume isopropanol dalam campuran media reaksi untuk konsentrasi NaOH 15% dan 20% maka nilai DS akan semakin meningkat. Dan diperoleh nilai DS tertinggi pada konsentrasi 20% dan didapatkan pula polaritas rendah Na CMC serabut kelapa sawit pada campuran isopropanol-etanol 80:20 dengan TCA 25% dengan DS yaitu 0,8124.

Menurut Zhang (dalam Pitaloka, 2015) menjelaskan bahwa ketika semakin kecil polaritas dari media reaksi yang digunakan maka akan meningkatkan efektivitas reaksi karboksimetilasi. Sehingga akan meningkatkan substitusi reagen Na MCA/TCA ke dalam selulosa yang disebabkan oleh semakin kecilnya polaritas media reaksi maka kelarutan NaOH dalam media reaksi rendah dan sebagian besar NaOH akan mengembangkan selulosa. Sehingga semakin kecil polaritas media reaksi semakin tinggi nilai DS yang dihasilkan.

Kemudian penelitian selanjutnya yang menggunakan media reaksi adalah penelitian (Hasanah et al., 2015 dan Musfiroh et al., 2018), dimana (Musfiroh et al., 2018) didapatkan nilai DS tertinggi adalah Na CMC sintesis dengan pelarut campuran dan pelarut isobutyl alkohol, meskipun polaritas isobutyl alkohol dengan lebih rendah dari pada isopropil alkohol-isobutyl alkohol DS yang

dihasilkan lebih tinggi dengan pelarut campuran. Ini dikarenakan karena faktor sterik dalam pelarut isobutyl alkohol.

Kemudian penelitian (Hasanah et al, 2015) dimana nilai DS ikatan silang Na-CMC lebih kecil dari standar dan non ikatan silang, hal ini dikarenakan proses ikatan silang akan menurunkan kelarutan dalam air suatu senyawa dan derajat substitusi. Semakin banyak crosslinker yang ditambahkan pada Na-CMC akan semakin menurunkan kelarutan dan derajat substitusi (Hasanah et al., 2015)

c. pH

Salah satu parameter SNI untuk Na CMC adalah penentuan pH. Nilai pH yang dicantumkan oleh SNI pada mutu I yaitu pH 6-8 mutu II yaitu pH 6-8,5. FAO, 2011 pH 6-8, PH Standar 7,5

Tahapan pengujian pH yaitu Na CMC ditimbang sebanyak 1 g dan dilarutkan dalam akuades 100 ml serta dipanaskan pada suhu 60°C dan diaduk sampai larut kemudian diukur pH-nya (SNI 06-6989.11-2004) (Salimi et al., 2021).

Dimana hasil uji pH telah memenuhi pH Na CMC memenuhi syarat SNI dan FAO, tetapi belum semuanya yang memenuhi SNI untuk Na CMC mutu 1.

Dari hasil analisis, menurut penelitian (Coniwanti et al., 2015) dimana penambahan NaOH berpengaruh langsung terhadap pH, semakin besar konsentrasi NaOH yang ditambahkan semakin maka akan semakin besar pH Na CMC yang didapatkan, begitu juga dengan penambahan SCA dan tidak ada korelasi dengan media reaksi.

d. Viskositas

Viskositas bertujuan untuk mengukur kekentalan larutan yang dimana merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas Na CMC. Viskositas larutan Na CMC berhubungan dengan kemampuan Na CMC untuk mengikat air.

Kemampuan Na CMC untuk mengikat air dapat dilihat dari derajat substitusinya. Gugus-gugus yang sudah tersubstitusi dengan gugus metil maka Na CMC akan lebih reaktif terhadap air sehingga Na CMC akan terdispersi dalam air, kemudian butir-butir Na CMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air dan terjadi pembengkakan. Air yang sebelumnya bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi dengan bebas sehingga keadaan larutan lebih mantap dan terjadi peningkatan viskositas (Nisa & Widya, 2014; Ferdiansya et al., 2016).

Viskositas juga Na CMC dipengaruhi oleh panjang rantai atau derajat polimerisasi (DP) selulosa. Makin tinggi nilai DP selulosa, maka viskositas Na CMC akan meningkat (Imeson, 2010).

Beberapa hasil analisis jurnal, Viskositas Na CMC yang dihasilkan terdapat yang belum memenuhi standar FAO yaitu ≥ 25 cP dan ada beberapa yang memenuhi.

Menurut Dianrifya dan Widya (2014). Mengatakan viskositas Na CMC erat kaitannya dengan DS semakin besar nilai DS semakin besar juga nilai viskositasnya.

Sedangkan untuk klasifikasi viskositas larutan Na CMC dapat dilihat dibawah ini;

Tabel 20. Jenis-jenis Viskositas Larutan Na-CMC Ferdiansyah et al., 2016).

Jenis	Viskositas Na CMC	Cp
Tinggi	1% Na CMC	400-4500
Medium	2% Na CMC	50-3100
Rendah	2% Na CMC	10-50

e. Susut Pengerinan

Susut pengeringan sampel berkaitan dengan kandungan air pada serbuk Na CMC. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui persentase senyawa yang menghilang selama proses pemanasan yang dilakukan.

Tahapan pengujian susut pengeringan yaitu ditimbang sebanyak 0,5 g natrium karboksimetil selulosa dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. Dikeringkan di dalam oven pada suhu 105°C hingga diperoleh bobot tetap. Pada waktu pemanasan di oven, tutup botol timbang dibuka, dan saat pengambilan botol timbang segera ditutup dan dimasukkan ke dalam desikator, didinginkan sampai mencapai suhu kamar lalu ditimbang (SNI 06-6989.27-2005) (Salimi et al., 2021).

Farmakope Indonesia Edisi V Syarat susut pengeringan sampel yaitu tidak lebih dari 10 %. Berdasarkan persyaratan yang ada Na CMC hasil sintesis sudah memenuhi standar.

f. Transformasi Fourier inframerah (FTIR)


Karakterisasi dengan menggunakan instrumen FTIR yaitu untuk melihat gugus fungsi penyusunnya. Spektroskopi inframerah sekarang banyak digunakan oleh para ilmuwan. Salah satu keuntungan terbesar dari spektroskopi inframerah adalah hampir semua sampel dalam keadaan apapun dapat dianalisis. Misalnya, cairan, larutan, pasta, bubuk, film, serat, gas dan permukaan dapat diperiksa dengan teknik sampling pilihan yang bijaksana (Fan et al., 2012).


Instrumen komputer-*interfaced* FTIR dioperasikan dalam mode single beam. sinar radiasi IR yang dipancarkan ke cuplikan yang dapat menyerap energi, setelah itu terjadilah transisi diantara tingkat energi vibrasi dasar dan tingkat vibrasi tereksitasi berupa berkas radiasi IR yang ditangkap oleh detektor,

kemudian signal yang dihasilkan dari detektor direkam sebagai spektrum IR yang berbentuk puncak-puncak absorpsi dari senyawa berupa grafik (Pavia et al., 2001).

FTIR secara langsung meningkatkan kualitas spektrum inframerah dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data. Peningkatan kecepatan dan rasio *signal-to-noise* yang lebih tinggi dari FTIR relatif terhadap dispersi inframerah telah menyebabkan sejumlah aplikasi inframerah yang jauh lebih besar dalam penelitian serat alami. Selain itu, kemajuan konstan komputer dan ilmu komputasi telah membuat teknik spektroskopi inframerah melangkah lebih jauh: Ketersediaan komputer khusus, yang diperlukan untuk instrumentasi FTIR, telah memungkinkan spektrum digital untuk diperlakukan oleh teknik pengolahan data yang canggih dan meningkatkan kegunaan spektrum inframerah untuk tujuan kualitatif dan kuantitatif (Fan et al., 2012).

Selulosa, yang bertindak sebagai bahan penguat di dinding sel, adalah yang utama yang membentuk serat alami. Molekul selulosa diletakkan di mikrofibril di mana ada ikatan hidrogen yang luas antara rantai selulosa, menghasilkan struktur kristal yang kuat. Banyak penelitian yang telah dipublikasikan tentang karakterisasi ikatan hidrogen dalam selulosa dengan menggunakan berbagai teknik, di antaranya FTIR telah terbukti menjadi salah satu metode yang paling berguna. FTIR dapat memberikan para peneliti informasi lebih lanjut tentang struktur super-molekul. FTIR juga dapat digunakan untuk menentukan komposisi kimia dari serat alami asli dan serat alami yang dimodifikasi (Fan et al., 2012).

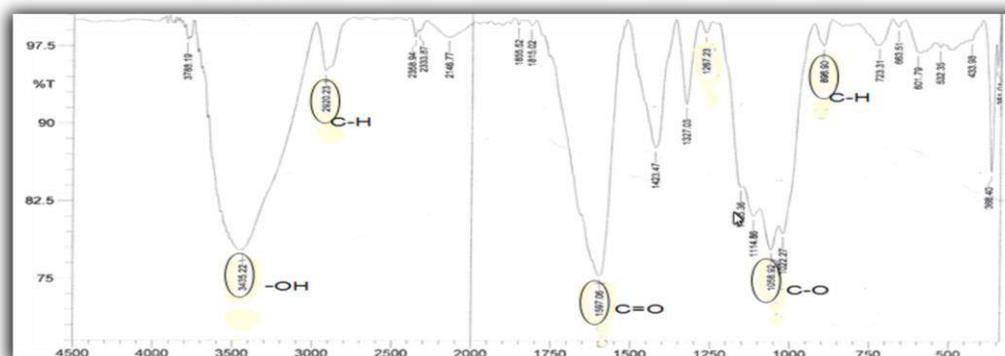

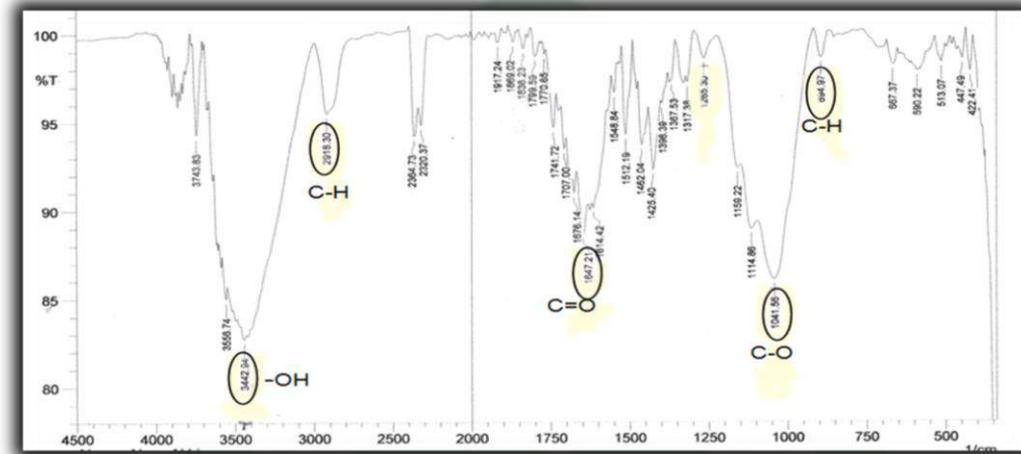
Gambar 6. Spektrum FTIR Na CMC Baku**Gambar 7.** Spektrum FTIR Hasil sintesis dari batang alang-alang
(Megawati et al., 2017)**Tabel 20.** Serapan Absorbansi Na CMC pada FTIR (Megawati et al, 2017)

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang
-OH (Hidroksil)	3425.22
C-H	2920.23
C=O	1597.06
C-O	1058.92
C-H	896.90

Hasil pembacaan analisis spektrum FTIR pada Na.CMC dari batang alang-alang dapat diidentifikasi panjang gelombangnya melalui senyawa karboksimetil. Berdasarkan hasil pengukuran baik sampel maupun Na.CMC murni di peroleh adanya puncak pada gelombang 2918,23 cm^{-1} yang menunjukkan adanya gugus H-C-H, beberapa gugus -OH yaitu pada puncak 3442,94 cm^{-1} yang menunjukkan

terbentuknya kelompok ikatan hidrogen antara atom hidrogen dalam satu kelompok gugus hidroksil dalam suatu monomer glukosa dan atom oksigen dari gugus hidroksil lain monomer glukosa pada rantai polimer selulosa (Saputra dkk., 2014b). Selain itu, terbaca pula pada puncak 1647,21 cm^{-1} yang menunjukkan adanya gugus karbonil $\text{C}=\text{O}$. Puncak 1041,56 cm^{-1} yang menunjukkan regangan $\text{C}-\text{O}$ dan struktur dari komponen selulosa. Pada daerah 894,97 cm^{-1} menunjukkan puncak serapan karena adanya getaran $\text{C}-\text{H}$ dari rantai β -glikosidik yang merupakan penghubung antar unit glukosa pada selulosa (Alemdar dan Sain, 2008). Dari Gambar pula nampak puncak getaran pada daerah sekitar 1425,40 cm^{-1} - 1548,84 cm^{-1} yang menunjukkan adanya cincin aromatik benzen yang mengindikasikan keberadaan lignin.


Adapun penelitian lain dengan metode yang berbeda dilakukan oleh (Musfiroh et al., 2013). Berikut merupakan spectrum FTIR dari keseluruhan Eceng gondok

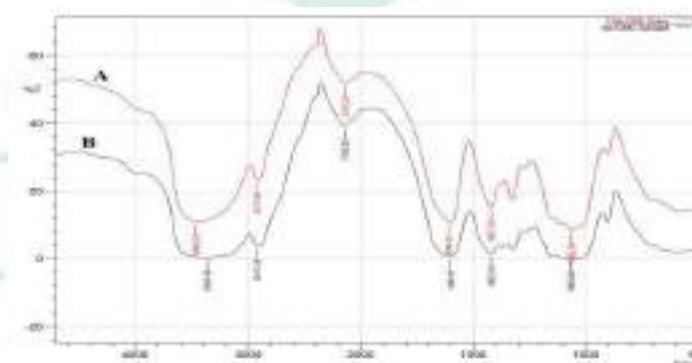

Gambar 8. Spektrum FTIR dari inframerah (A) Standar Na CMC dan (B) Na CMC hasil Sintesis dari tumbuhan eceng gondok

Spektrum inframerah dari Na CMC yang dihasilkan oleh sintesis selulosa eceng gondok menunjukkan beberapa titik serapan pada bilangan gelombang 1599,97 cm⁻¹ dan pada bilangan gelombang 1420,10 cm⁻¹. Puncak spektrum pada panjang gelombang 1599,97 cm⁻¹ menunjukkan adanya gugus karbonil, dan puncak pada 1420,10 cm⁻¹ menunjukkan adanya gugus metil. Hal ini menunjukkan adanya karboksimetil dalam struktur sampel Na-CMC. Menurut Peesok, Shields, Cairns dan McWilliam (1976) dalam gugus karboksil sebagai struktur garam memiliki bilangan gelombang berkisar antara 1600-1640 cm⁻¹ sampai 1400-1450 cm⁻¹. Berdasarkan analisis FTIR, puncak serapan unik sampel adalah terletak pada bilangan gelombang 3460,32 cm⁻¹ dan 3364,36 cm⁻¹ (gugus OH) serta terletak pada 1062,30 cm⁻¹ dan 1065,68 cm⁻¹ (gugus CO), menunjukkan adanya ikatan pada struktur kedua sampel inframerah Spektrum Na-CMC yang diperoleh dari hasil sintesis selulosa eceng gondok dan Na-CMC standar memberikan hasil spektrum yang hampir sama, serta menunjukkan kesamaan gugus fungsi.

Adapun penelitian dari Coniwanti et al., 2015 yaitu;

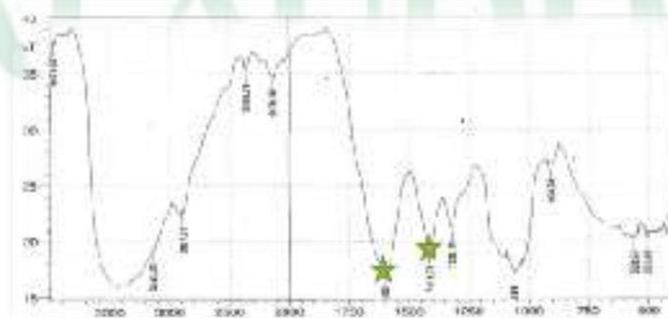

Gambar 9. Hasil Spektrum FTIR dari Kulit Kacang Tanah

(Coniwanti et al., 2015)

Na CMC yang dianalisa merupakan Na CMC dengan karakteristik terbaik pada konsentrasi NaOH 20% dan jumlah natrium kloroasetat 6 g. Analisis *Spektrum FTIR* dilakukan untuk membuktikan keberadaan gugus karboksil (-COOH) pada Na CMC. Pada gambar dapat dilihat bahwa gugus karboksil dapat diidentifikasi pada panjang gelombang 1600,02 cm^{-1} dan 1418,71 cm^{-1} . Santoso, et al., 2012) mengatakan gugus karboksil diidentifikasi pada panjang gelombang dengan kisaran 1600-1640 cm^{-1} dan 1400-1450 cm^{-1} . Absorpsi paling besar terjadi pada 1600,02 cm^{-1} menunjukkan keberadaan gugus karboksil (-COOH). Kemudian pita absorpsi pada 1418,71 cm^{-1} menunjukkan vibrasi menggunting (*scissoring*) dari gugus -CH₂. Akan tetapi, intensitas pita absorpsi pada panjang gelombang tersebut relatif lemah. Dan absorpsi yang cukup besar lainnya dapat dilihat pada pita absorpsi pada panjang gelombang 3971,6 cm^{-1} dan 1325,15 cm^{-1} . Hal tersebut menunjukkan adanya gugus -OH dan C-O secara berurutan pada Na-CMC sebagai pengotor.

g. Penentuan Kadar NaCl

Tujuan dari penentuan kadar NaCl berkaitan dengan kemurnian atau kadar Na CMC, dengan mengetahui kadar NaCl maka kemurnian dapat diketahui dan ini artinya semakin kecil kadar NaCl maka kemurnian makin besar. Terbentuknya NaCl ini karena adanya reaksi antara natrium monokloroasetat dengan alkali selulosa (Wijayani et al., 2005).

Tahapan pengujian kadar NaCl yaitu Ditimbang 0,5 g berat kering Na CMC dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan diencerkan dengan 100 mL aquades dan dipanaskan pada suhu 70°C. Larutan ini kemudian dititrasi dengan AgNO₃ 0,01 N dan indikator K₂CrO₄ 5% (SNI 06-6989.19-2004) (Salisimi et al, 2021).

$$\text{Kadar NaCl (\%)} = \frac{V \times N \times 58,45 \times FP}{A \times (100 - B)} \times 100\%$$

Untuk penentuan Kemurnian Na CMC ditentukan dengan cara 100% dikurangi dengan kadar NaCl tanpa dikurangi dengan natrium glikolat (Salimi et al., 2021)



Menurut Na CMC Standar baku dan SNI, Kadar NaCl dan kemurniaan NaCMC berwarna merah keunguan dengan kemurnian mencapai $\pm 99\%$ Kemurniaan dari Na CMC dipengaruhi oleh produk sampingan yang dihasilkan. Produk samping dari proses sintesis Na CMC yaitu natrium klorida. Semakin sedikit jumlah produk samping yang dihasilkan maka akan semakin tinggi kemurniaan Na CMC (Pitaloka, 2015).

Menurut (Pitaloka, 2015) polaritas suatu media reaksi dapat mempengaruhi kemurnian Na CMC yang dihasilkan. Semakin rendah polaritas media reaksi maka akan mempermudah proses substitusi reagen alkalisasi dan karboksimetilasi sehingga menyebabkan peningkatan tingkat kemurniaan serta berkurangnya pembentukan produk samping.

Sehingga dari hasil analisis yang melakukan uji kadar NaCl dan kemurnian diperoleh tidak berbeda jauh dengan Na CMC standar baku.

h. Analisis Scanning Electron Microscope (SEM)


Pengujian mikroskopis untuk mengetahui morfologi (bentuk dan ukuran) dan topografi (tekstur permukaan sampel) Na-CMC yang disintesis dari selulosa eceng gondok, dan membandingkannya dengan standar Na-CMC dilakukan dengan menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM).

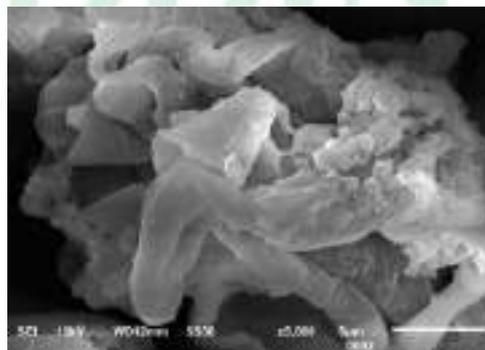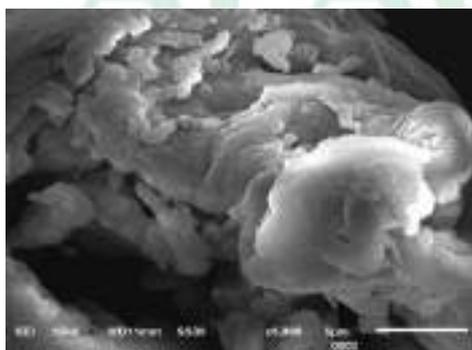


Gambar 10. Hasil Pengamatan SEM (a) Na-CMC Standar dan (b) Na-CMC Sintesis pada perbesaran 5000 kali

Dapat dilihat bahwa kedua partikel Na-CMC yang disintesis dari selulosa eceng gondok dan standar Na CMC tidak beraturan, namun keduanya menunjukkan tingkat homogenitas pada morfologi mereka. Bentuk pelat melengkung dengan ruang besar dan permukaan partikel yang tidak beraturan atau bahkan kasar menyebabkan Na CMC memiliki porositas tinggi dan tebal. Ukuran partikel Na-CMC yang disintesis dari selulosa eceng gondok mulai dari 19 μm hingga 137 μm . Dan didapatkan hasil sintesis Na CMC dari penelitian ini sebesar 95,33% (Musfiroh et al., 2013).

Sedangkan penelitian lanjutan (Musfiroh et al.,2018), berdasarkan analisis SEM-EDX, bentuk Na-CMC tidak beraturan dan porous. Dilihat dari ukurannya, ukuran Na-CMC hasil sintesis berkisar antara 76,8 - 128 m sedangkan Na CMC standar memiliki ukuran yang sedikit lebih besar yaitu 113-190 m. Ukuran ikatan silang Na-CMC berkisar antara 204 –545 m. Konstituen Na-CMC dari kedua Na-CMC standar, Na-CMC yang disintesis dan Na-CMC yang berikatan silang adalah karbon (C), oksigen (O) dan natrium (Na). Namun, ada atom lain yang terdeteksi dalam Na- CMC yang disintesis dengan pelarut campuran dan ditautkan silang Na-CMC oleh epiklorohidrin yaitu atom Cl, kemungkinan disebabkan oleh residu epiklorohidrin itu sendiri dari proses ikatan silang.

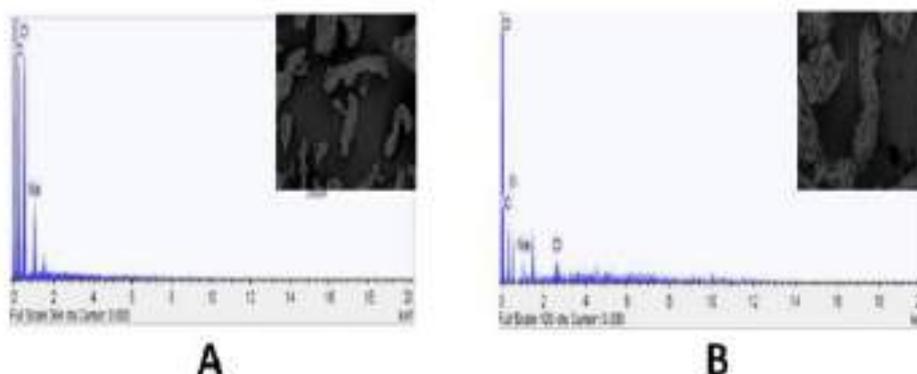

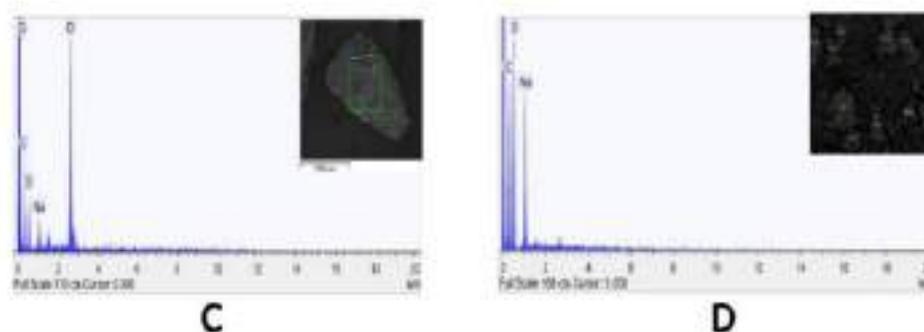


Gambar 11. Analisis hasil SEM-EDX terhadap (A) Na CMC standar, (B) Na CMC yang disintesis dengan pelarut campuran, (C) Na CMC yang disintesis dengan isopropil alkohol yang diikat silang oleh epiklorohidrin dan (D) Na CMC yang disintesis oleh isopropil alkohol yang diikat silang oleh asam suksinat

i. Analisis XRD

Analisis XRD dilakukan untuk melihat bentuk kristal sampel dibandingkan dengan acuan standar Na-CMC. Hasil analisis penelitian (Suryadu et al., 2019) sampel bambu betung dimana difraktogram sinar-X polimer kristalin menghasilkan puncak yang tajam, sedangkan polimer amorf cenderung menghasilkan puncak yang melebar atau tumpul. Difraktogram Na-CMC dari bambu betung alfa selulosa menunjukkan kemiripan dengan difraktogram referensi. Pada standar Na-CMC terdapat pola difraktogram yang khas, pada nilai 2θ 19,985 terdapat puncak tajam yang menunjukkan sifat kristalin dan pada nilai 2θ 36,8801 puncak atau lembah yang tumpul dan melebar menunjukkan sifat amorf. Sedangkan Na-CMC dari bambu betung alfa selulosa menunjukkan nilai

2θ sebesar 19,7343 terdapat puncak yang runcing dan pada nilai 2θ sebesar 35,4429 terdapat puncak yang tumpul dan melebar (Suryadi et al., 2019).

Adapun Gambar XRD difraktogram Na CMC dari bambu betung dibawah ini;

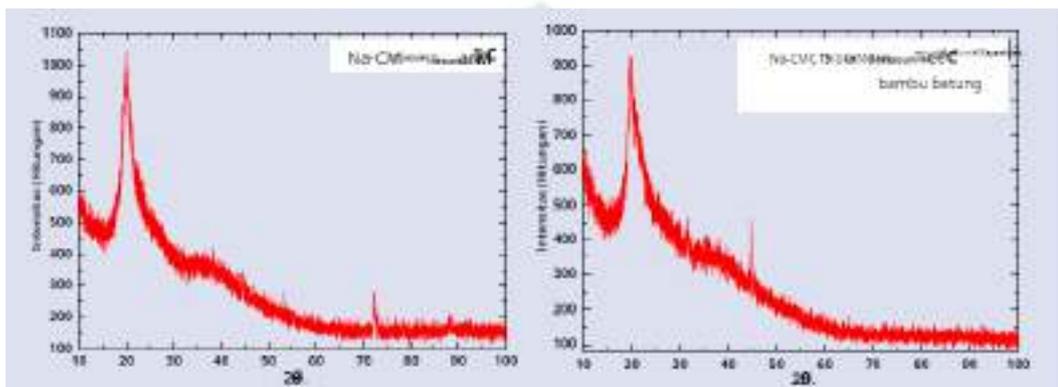

Gambar 12. Hasil pengamatan XRD Na CMC dari bambu betung (Suryadi et al., 2019)

j. Oil holding Capacity (OHC) dan Water Holding Capacity (WHC)

Water holding capacity (WHC) dan oil holding capacity (OHC) adalah kemampuan Na-CMC untuk mengikat air atau minyak yang berasal dari Na CMC itu sendiri atau dari luar. Beberapa penelitian menggunakan WHC dan OHC dalam pengujian karakteristiknya yaitu (Hutomo et al., 2012; Hasanah et al., 2015., Musfiroh et al., 2018). Dari penelitian (Hasanah et al., 2015), menggunakan penambahan zat pengikat silang untuk meningkatkan nilai WHC dan OHC. Dimana Crosslinker (pengikat) akan memperbaiki struktur polimer Na-CMC dengan membentuk ikatan pada polimer sehingga akan lebih stabil. Hasil pengujian terlihat bahwa nilai WHC untuk Na-CMC non crosslink lebih kecil dibandingkan dengan Na-CMC standar yaitu 4,24 g/g dibandingkan dengan nilai WHC CMC crosslink yaitu 4,415 g/g, 5,68 g/g, 4,97 g/g, 4,49 g/g. Nilai WHC akan mempengaruhi viskositas bentuk sediaan farmasi, oleh karena itu digunakan epiklorohidrin untuk meningkatkan nilai WHC. Dari hasil pengujian WHC Non

crosslink Na-CMC, terlihat bahwa semakin tinggi jumlah crosslinker yang digunakan maka semakin tinggi nilai WHC. Ini karena lebih banyak ikatan kimia yang dapat dibentuk oleh pengikat silang. Sedangkan nilai OHC ikatan silang berturut-turut (2,87 g/g, 2,66 g/g, 1,84 g/g) ini lebih kecil dari standar yaitu 3,03 bahkan lebih tinggi dari nilai non crosslinker yaitu 4,39 g/g, hal ini mungkin disebabkan oleh jenis selulosa pada ikatan silang Na-CMC. Jumlah selulosa amorf yang lebih tinggi dapat menyerap lebih banyak air

Sedangkan penelitian (Hutomo et al., 2012) pengujian dilakukan secara statistika dengan menggunakan Mann-Whitney U tes, hasilnya menunjukkan bahwa P-value untuk WHC bernilai lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, P-value untuk OHC bernilai lebih besar dari 0,05.

Sedangkan penelitian (Musfiroh et al., 2018) menggunakan nilai WHC dan OHC juga menggunakan crosslinker asam suksinat dan epiklorohidrin menggunakan beberapa pelarut seperti isopropil alkohol, isobutyl alkohol dan isobutil alkohol isopropil alkohol (1:4) sebagai non crosslinker. Hasil WHC dan OHC diperoleh masing-masing 4,79 g/ g, 3,37 g/ g; 0,77, 4,53 g/ g, 3,26 g/ g; dan 0,80, 4,62 g/ g, 3,31 g/g masing-masing. Sedangkan Na-CMC yang disintesis menggunakan crosslinker epiklorohidrin dan suksinat mengalami penurunan nilai tetapi Na-CMC yang disintesis menggunakan isopropil alkohol sebagai pelarut bekerja lebih baik daripada pelarut lainnya 0,16, 3,22 g/ g, 2,99 g/ g; dan 0,5, 4,33 g/ g, 3,19 g/g masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Na-CMC yang disintesis dari eceng gondok dengan karakteristik terbaik ditunjukkan dengan menggunakan pelarut isobutil alkohol isopropil alkohol (1:4).

k. Kandungan Natrium

Kebutuhan kadar natrium dalam Na CMC sebagai eksipien adalah 6,5 - 9,5%. Penelitian yang menguji karakterisasi penentuan kadar natrium yaitu

(Musfiroh et al., 2018) dimana dilakukan dengan menggunakan instrumen AAS dengan metode kurva kalibrasi. Hasil diperoleh didapat paling bagus adalah pada pelarut campuran non crosslinker yaitu (8,028) hasil ini didapat karena efek pelarut campuran yang memiliki polaritas rendah tetapi secara stereokimia tidak terlalu sterik, sehingga menyebabkan agen eterifikasi terlarut meningkatkan akses ke dalam struktur selulosa. Hal ini juga terjadi pada pelarut isobutil alkohol (7,936) tetapi karena berikatan dengan struktur isobutil alkohol sterik yang dihasilkan oleh tiga gugus metil di sekitar karbon primer sehingga hasilnya sesuai standar.

4.3 Tinjauan Islam tentang Pemanfaatan Tumbuhan

Allah swt. telah menciptakan keanekaragaman hayati (*biodiversitas*) di muka bumi ini yang terdiri dari banyak jenis baik itu hewan maupun tumbuhan. Al-Qur'an al-karim sebagai kitab pedoman umat Islam yaitu telah menjelaskan adanya bukti ciptaan tuhan yaitu keanekaragaman hayati diungkap di dalamnya walaupun isinya tidak dijelaskan begitu *detail* secara langsung ataupun terang-terangan karena Al-Quran bukanlah buku Ilmiah melainkan sebuah *kitab al-hidayah*, tetapi isinya banyak terkandung tanda-tanda kekuasaannya atau setidaknya informasi dunia mengenai *sains*, sehingga dari situ para ilmuwan mengembangkannya dan terus mengembangkannya (Mustaqim, 2015).

Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang oleh ilmuwan yaitu Farmasi. Farmasi diartikan sebagai obat adalah salah satu profesi kesehatan campuran dua ilmu yaitu *health science* dan *chemical science*, dalam hal ini bertanggung jawab dalam pemastian keamanan konsumsi obat dan aktivitas serta efek kerja dari obat. Tidak hanya itu farmasi juga dalam prakteknya adalah dengan mencari temuan obat baru, meneliti dan mengelolah sumber bahan

baku yang berpotensi sebagai pengobatan, semisanya dari tumbuhan maupun hewan.

Kemajuan ilmu pengetahuan farmasi sekarang ini, dikarenakan panjangnya proses yang telah dilalui sehingga tumbuh dan terus berkembang, dalam hal ini sejarah mencatat tokoh-tokoh besar Islam yang telah memajukan bidang ilmu farmasi Islam, diantaranya: Muhammad Ibnu Zakariya al-Razi, Abu al-Qosim al-Zahrawi, al-Biruni dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang menekuni dunia farmasi dengan penemuan dan pengembangannya dalam hal obat-obatan, kemudian mengembangkan bagaimana proses penyulingan dan penyubliman, dan menulis buku mengenai farmakologi berjudul *al-Saydah* (sebuah buku mengenai obat-obatan) dan banyak lainnya (Nasution, 2020).

Pada zaman kejayaan Islam fase dimana bidang farmasi berkembang lebih pesat yaitu banyak tenaga kesehatan yang telah sukses melakukan riset dan eksperimen terkait ramuan-ramuan sebagai pengobatan, kemudian dalam hal ini tidak hanya menguasai ilmu farmasi, masyarakat muslim merupakan peradaban dunia pertama yang membangun adanya toko obat yang sekarang dikenal dengan apotek (Nasution, 2020).

Prestasi-prestasi ilmuwan Islam dalam bidang farmasi telah ditulis dalam buku *Science in Mediavel Islam* karangan Howard R Turner, sehingga berpengaruh terhadap peradaban barat, tidak hanya itu buku ini juga menjelaskan mengenai gerakan penerjemahan secara besar-besaran di era Kekhalifaan Abbasiyah pada abad ke-7 sampai abad ke-12 demi melakukan investigasi atau pencarian terhadap beragam produk alam yang dapat digunakan sebagai obat-obatan yang kala itu catatan masih dalam bahasa latin yang kurang dimengerti. Setelah mengetahui banyak hal adapun tokoh-tokoh Islam lainnya menulis dan mendeskripsikan lebih rinci mengenai ilmu kesehatan baik itu kedokteran dan

farmasi seperti kitab yang berjudul *al-Khama'ir* (Fermentasi), *al-Khawash al-Kabir* (buku besar tentang sifat kimiawi) yang ditulis Jabir Ibnu Hayyan (Nasution, 2020).

Peradaban Islam adalah peradaban yang telah merintis bidang farmasi, serta menjadikan farmasi tetap bertahan sampai sekarang. Perkembangannya yang luar biasa sehingga dapat dilihat dari cabangnya yang sangat banyak, seperti ilmu farmakologi farmasi, biologi farmasi, kimia farmasi, farmasetika farmasi, farmasi klinik, teknologi farmasi dan lain-lain. Sains Islam sebagai sains yang berlandaskan pada nilai-nilai universal secara konstruktif dapat dilihat bagaimana ia meletakkan peran Al-Quran dalam kaitan Islam (Nasution, 2020).

Natrium *Carboxymethyl Celulose* atau Na CMC adalah produk jadi turunan selulosa yang bersumber dari bahan alam yang memiliki banyak kegunaannya dibidang industri khususnya industri farmasi di Indonesia seperti sebagai zat pengental sediaan obat, zat pengemulsi, bahan pengikat tablet dan lain-lain. Na CMC dapat disintesis dari bermacam-macam jenis tumbuhan yang tumbuh di muka bumi, sebagai bentuk implementasi dalam Al-Quran seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan mengenai kekuasaan Allah swt. menciptakan adanya tumbuhan yang beraneka ragam yaitu dalam QS Thaha/20:53 berfirman :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۝٥٣

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama, 2013).

Dalam ayat di atas, berdasarkan Tafsir Al Misbah Allah swt menjelaskan bahwa hanyalah dia Tuhan yang memberikan anugerah kenikmatan hidup dan perlindungan kepada semua hamba-Nya. Dengan kekuasaan-Nya, ia telah jadikan

bumi sebagai suatu hamparan untukmu, membuka semua jalan-jalan untuk kamu lalui dan menurunkan hujan di atas bumi maka jadilah ciptaannya sungai dan danau. Menggunakan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda baik rasa, warna bentuk, dan kegunaanya. Ada yang berwarna hitam dan putih, ada pula yang rasanya pahit, asam, manis (Shihab, 2002).

Dalam Biologi Farmasi tumbuhan-tumbuhan yang berbagai jenis dan bentuknya inilah yang dipelajari dan menjadi rujukan untuk penelitian terbaru farmasi, bisa sebagai pengobatan, pemeliharaan kesehatan maupun sediaan farmasi. Sehingga adanya penciptaan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan ini Allah jadikan karena manfaatnya.

Allah swt. berfirman dalam QS. Ash shu'araa/26:7

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik? (Kementerian Agama, 2013).

Ayat di atas dijelaskan di dalam sebuah tafsir Al-Misbah, bahwa pada kata *ila* ayat *أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ* di atas bermakna batas akhir yang artinya memperluas sebuah arah pandangan sampai batas akhir atau maksud dari ayat ini mengandung arahan kepada kita manusia agar memperluas pandangan kita terhadap keajaiban yang ada dimuka bumi ini diantaranya yaitu adanya tumbuh-tumbuhan dan keunikannya. Sedangkan kata *zauj* berarti pasangan. Pasangan disini diartikan yaitu pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan hidup dari tanah yang ada di permukaan bumi, sehingga secara lisan bahwa berbagai tumbuhan pun memiliki pasangan hidup sebagai proses pertumbuhan dan perkembangannya atau istilahnya melakukan proses reproduksi. Sedangkan *karim* dalam ayat di atas

artinya menggambarkan sesuatu hal yang baik pada setiap objek, dalam hal ini yang dimaksud adalah tumbuhan yang baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2002).

Dua ayat di atas, memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga saling berhubungan, dalam artian ayat pertama menyebutkan bahwa Allah menciptakan tumbuhan dengan berbagai jenisnya, ayat selanjutnya memberikan penjelasan bahwa tumbuhan memiliki manfaat atau kegunaan, dalam hal ini dapat sebagai olahan makanan maupun sebagai pengobatan. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai pengobatan karena didalamnya memiliki senyawa kimia yang dapat menyembuhkan dan menyehatkan tubuh.

Pemanfaatan tumbuhan yang sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an adalah buah Kurma dimana khasiatnya dijelaskan dalam hadist untuk memperlancar asi dan mengobati kemandulan, memperlancar proses persalinan, mencegah pendarahan, meningkatkan kecerdasan. Dan telah dibuktikan dalam dunia medis secara eksperimen, sebagai agen *protektif* liver dan mengobati liver dari agen penyebab kanker yaitu CCl-4. Penelitian selanjutnya menunjukkan adanya aktivitas antimutagen dan aktivitas antioksidan dalam ekstrak air buah kurma. Tidak hanya itu, buah kurma mempunyai aktivitas untuk mengobati penyebab bakteri, jamur, demam, peradangan, penyebab urin berlebih, mencegah kehamilan yan tidak diinginkan, hormone berlebih, batuk, sembelit, kekurangan darah, stroke, dan menaikkan berat badan (Nasution, 2020).

Beberapa jenis-jenis tumbuhan lainnya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pengobatan, yaitu buah tin, zaitun, delima, pisang, lidah buaya, anggur, jahe, maupun mentimun. Dalam hal ini bagian yang digunakan berasal dari daun, buah, biji, akar maupun rimpangnya yang juga telah dibuktikan khasiatnya secara medis. Seperti halnya delima penelitian menunjukkan adanya kandungan elagitarin

asam ellagic (termasuk puricalagin), asam punicic, flavonoid, antosianidin, antosianin. Dimana beberapa senyawa ini dapat mengurangi risiko masalah jantung seperti stroke maupun serangan jantung, kemudian pisang terkandung senyawa volatile, karotenoid polienol seperti flavonoid, asam fenolat, tannin dan lain-lain yang bersifat sebagai antioksidan dan berperan mengobati penyakit kronis lainnya, dapat pula sebagai antidiare membantu melancarkan sistem pencernaan. Kemudian lidah buaya dapat bermanfaat untuk mengobati kulit yang terbakar, ruam, dan iritasi kulit, tentunya lidah buaya telah dijadikan kosmetik dan perawatan kulit yang sangat mendunia, buah zaitun dan tin dapat diolah menjadi makanan maupun minyak yang sangat banyak khasitanya termasuk sebagai *skincare* maupun penyakit seperti diabetes mellitus, kolesterol maupun jantung dan jahe dalam pengobatan tradisional untuk penyakit pencernaan, artiritis, rematik, dan jantung, bahkan menurut penelitian lainnya dapat sebagai anti kanker. Senyawa aktif pada jahe adalah gliserol, shogaol, paradol, dan zingiber yang dimana dapat sebagai antitumor, antiproliferasi, antiinflamasi maupun antikanker (Faradisa & Fakhrudin, 2021).

Selain itu dari yang disebutkan, telah banyak juga yang meneliti. Sehingga bisa dikatakan pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan, menjadi ikon dalam Islam. Tentunya ini tidak terlepas dari usaha para ilmuwan, peneliti terdahulu hingga sekarang. Sehingga, sangat kental akan pentingnya keberadaan tumbuhan dalam dunia kesehatan maupun obat-obatan serta sediaan farmasi dalam hal pengobatan dan kesehatan. Bahkan bagian terkecil tumbuhan yang dapat dimanfaatkan diantaranya selulosa dijadikan Na CMC.

Dalam sintesis Natrium Karboksimetil Selulosa yang berasal dari tumbuhan bisa dikatakan kehalalannya dapat dipertanggung jawabkan. Islam sendiri telah memiliki aturan ketat akan kehalalan sebuah produk. Dalam hal ini

kaum muslim-muslimin menggunakan sebuah produk baik dan halal menjadi sebuah pegangan bentuk keimanan dan takwanya kepada Allah. Hal ini juga yang menjadi pegangan dalam hal pemeliharaan kesehatan menggunakan sediaan farmasi, khususnya obat-obatan. Dalam hal ini Rasul Allah swt. dalam hal berobat melarang dan mengingatkan untuk berobat dan menggunakan bahan (aktif maupun tambahan) dengan sesuatu yang halal bukan yang haram atau tambahan). Seperti yang disebutkan dalam hadis dibawah ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَحْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasithi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu Imran al-Anshari dari Ummu ad-Darda dari Abu ad-Darda ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!” (HR Abu Daud, juz 10, no 3376).

Diperkuat oleh hadis maqbul (hadis hasan lighairihi) dengan beberapa *syahidnya*

قَالَ لَنَا حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّوَاءِ الْحَبِيثِ

Artinya:

Ia telah berkata kepada kami; Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah telah menyampaikan kepadakami Muhammad bin Bsyar, telah menyampaikan kepada kami Yunus bin Abi Ishaq dari Mujahid dari Abi Hurairah dia berkata “ Rasulullah melarang dari obat-obatan yang berasal dari benda yang menjijikan atau najis. (HR Abu Daud Juz 10, no 3372).

Dalam dunia Kesehatan dan obat-obatan ada kecenderungan khasiat yang melabeli bahwa obat akan lebih efektif dengan bahan tertentu saja. Dalam hal ini suatu obat memang tidak hanya bersumber dari tumbuhan maupun hewan saja, tetapi dapat berasal dari hasil bioteknologi yang pengelolannya bersama dengan


mikroba, bahkan penelitian lainnya bisa diperoleh dari sintetik kimia yang dimodifikasi, maupun virus yang sengaja dibuat untuk melawan virus yang ada, bahkan dapat berasal dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini yang menjadi bahan kritisasi kehalalan artinya ada keraguan kehalalan, yang mana Islam sangat mengedepankan akan kehalalan apalagi dari memang bahan-bahan najis maupun haram.

Sementara itu berbagai obat-obatan baik dari zat aktif maupun bahan tambahan (ekspien) terdapat banyaknya yang menggunakan babi. Maka dari itu memungkinkan adanya zat aktif dan ekspien bersumber dari tumbuhan. Seperti halnya gelatin yang tersebar banyak berasal dari Babi, maka wajib bagi peneliti farmasi menemukan penelitian terbaru mengembangkan gelatin yang berasal dari bahan-bahan halal. Penelitian terbaru gelatin yang berasal dari Sapi dan beberapa penelitian gelatin berasal dari tumbuhan yaitu dari jagung. Sehingga memungkinkan semua sediaan farmasi maupun bahan bahan medis berasal dari yang halal.

Terdapat 5 kriteria untuk dapat dikatakan halal pada suatu produk farmasi baik obat seperti tablet, pil, kapsul, dan suppositoria, maupun *skincare* dan kosmetik yaitu bahan baku jadi dan tidak jadi dalam hal ini proses pengambilannya dilakukan secara baik dan halal tidak haram maupun bercampur dengan najis, kemudian tahapan pengolahan dalam hal ini tentu dari yang halal, *brand* produk, cara sebar dan jalannya peredaran suatu produk.

Dari ke lima kriteria terbesar, menjadi sebuah catatan besar bagi seorang tenaga kesehatan terutama Apoteker untuk mewujudkan sebuah produk apapun yang halal walaupun secara bertahap. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin apabila semua produk khususnya produk farmasi berlabel atau dicap halal oleh MUI (Nasution, 2020).

Karena itu, seorang farmasis tepatnya apoteker harus turut aktif dalam produk halal (baik sumber maupun pengolahannya) baik dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar akan pentingnya kehalalan suatu produk pada pembeli maupun para penghasil bahan bakunya.

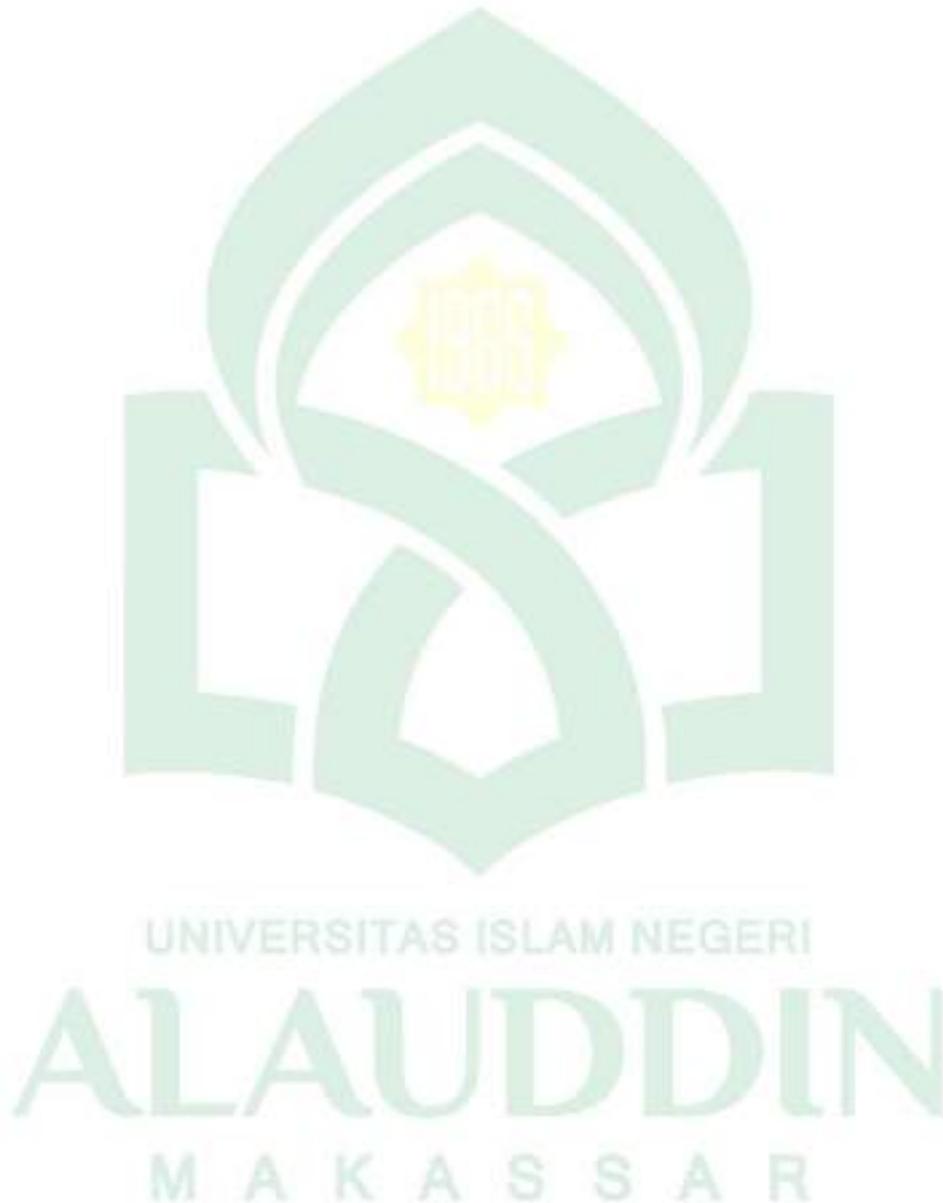

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi literatur yang telah dianalisis maka yang bisa di simpulkan yaitu :

1. Kadar selulosa tumbuhan yang dapat dijadikan Na CMC diantaranya; Kulit Kacang Tanah (64,42 %), Kulit Singkong (80-85 %), Batang Alang-alang (96,7%), batang, daun Eceng Gondok (15,27%-89,0%), *pod husk* Kakao (63,34%), linter Kapas (61-65%), Serabut Kelapa sawit (85,39%), batang Bambu betung (83,80%), dan batang Rumput gajah (67,68 %)
2. Proses ekstraksi Selulosa di lakukan dengan 5 tahap, diantaranya Preparasi Sampel, Prehidrolisis, *Dewaxing*, Delignifikasi, Dehemiselulosa, dan *Bleaching*
3. Proses sintesis Na CMC dilakukan dengan Alkalisasi, Karboksimetilasi, Netralisasi, Pemisahan produk samping, Penyaringan, Pemurnian dan Pengeringan.
4. Parameter dalam pengujian karakterisasi Na CMC yaitu organoleptik, derajat substitusi, pH, viskositas, uji kadar NaCl dan kemurnian, Kelarutan, Uji kualitas pembentukan warna, analisis kualitatif, kerapatan mampat, *bulk density*, rata-rata distribusi ukuran partikel, pembentukan endapan, suhu leleh, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, identifikasi natrium dan kadar, foam test, WHC, OHC, analisis swelling,, gugus fungsi FTIR, analisis SEM, serta analisis XRD.

5.2 *Saran*

Diharapkan nantinya akan ada yang lebih banyak melakukan penelitian ini secara eksperimental supaya kedepannya pemanfaatan Na CMC dari tumbuhan lebih berkembang dan tumbuhan-tumbuhan ini dapat menjadi acuan/inovasi Na CMC di Industri Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. Sunan Abi Daud. Mesir: *Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa*, 1952. Jil. 6
- Aprilia, L., (2009), *Preparasi produk nata depina dan aplikasi penautannya terhadap logam kobalt (II)*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Asmoro, N, (2018). *Ekstraksi Selulosa Batang Tanaman Jagung (Zea Mays) Metode Basa*. Jurnal Ilmiah Teknosains. Vol. 4, No. 1: 24-28
- ASTM (1994). *Metode uji standar untuk natrium karboksimetil selulosa. Philadelphia*. Komite ASTM tentang Standards. hal.291-298.
- Bhattacharyya, D., Singhal, R.S. and Kulkarni, P.R., (1995). *A comparative account of conditions for synthesis of sodium carboxymethyl starch from corn and amaranth starch*. Carbohydrate Polymers, 27, pp. 247–253.
- BPS RI. (2021). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Agustus 2021*. Jakarta: BPS RI.
- Christianingrum, R. M, (2021). *Dinamika Industri Farmasi: Setengah Dekade Pasca Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional*. Pusat Kajian Anggaran, VI(April).
- Coniwanti, Pamilia, et al., (2015). *Pembuatan Natrium karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Limbah Kulit Kacang Tanah*". Teknik kimia 21 no, 4 (2015): h. 57-64.
- Dalimunthe, A. I. (2016). *Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa Dari Sekam Padi (Oryza sativa L.)*. Skripsi. Program Ekstensi Sarjana Farmasi Universitas Sumatera Utara. Halaman 24.
- Dumanauw, J. F. (1990). *Mengenal Kayu*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Departemen Kesehatan RI, (1979), *Farmakope Indonesia (Edisi 3)*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Eriningsih, Rifaidi, et al., (2011). *Pembuatan Karboksimetil Selulosa dari Limbah Tongkol Jagung untuk Pengental pada Proses Pencapan Tekstil*: hl. 105-113.
- FAO, (2011). *Compendium of food additive specifications*, Food and Agriculture Organization of the United Nations 74th Meeting, 2011, hlm. 115-119.
- Faradina, Eba & Fakhruddin Agus, (2021). *Beberapa tumbuhan Obat di Dalam Al-Qur'an di tinjau dari Perspekti Sains*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 3, No. 1, hlm.1-19
- Fengel D, Wegener G. Hardjono Sastroatmojo, (1995), *Penerjemah. Kayu, Kimia, Ultrastruktur, Reaksi-reaksi*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Ferdiansyah, M. K., Marseno, D. W., dan Pranoto, Y. (2017). *Optimasi Sintesis Karboksi Metil Selulosa (CMC) dari Pelepah Kelapa Sawit Menggunakan Response Surface Methodology (RSM)*. Agritech. Vol. 37, No. 2.

- Hasanah N.A., Musfiroh I., Elyani I., Sriwidodo Muchtaridi and Muhtadi A., (2015). *Epichlorohydrin as Crosslinking Agent for Synthesis of Carboxymethyl Cellulose Sodium (Na-CMC) as Pharmaceutical Excipient from Water Hyacinth (Eichhornia crassipes L.)*, Int. J. Chem. Sci., 13(3), 1227-1237
- Hutomo GS, Marseno DW, Anggrahini S, Supriyanto A (2012). *Synthesis and Characterization of Sodium Carboxymethylcellulose from Pod Husk of Cacao (Theobroma Cacao L.)*. African Journal of Food Science 6(6):180-185.
- Indriani, I., Hasan, A. ., & Meydinariasty, A, (2021). *Sintesis dan Karakterisasi Na-CMC dari A-Selulosa Serabut Kelapa Sawit . Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia, 1(9)*, 375-381. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.82>
- Indriyati, W., Musfiroh, I., Kusmawanti, R., Sriwidodo, & Hasanah, A. N. (2016). *Characterization of Carboxymethyl Cellulose Sodium (Na-CMC) from Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) Cellulose) Growing in Jatinangor and Lembang. Ijst, 3(3)*, 100–110.
- Ismail N.M., Bono A., Valitinus A.C.R., Nilus S. and Chng L.M., (2010). *Optimization of Reaction Conditions for Preparing Carboxymethylcellulose*, Journal of Applied Science, 10(21), 2530-2536.
- Israel, A.U., Obot, I. B., Umoren, S.A., Mkepenie, V., and Asuquo, J. E. (2008). *Production of cellulosic polymers from agricultural wastes, E-Journal of Chemistry 5(1)*, 81-85.
- Kementerian Agama RI, (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Klaten, S. M. (2016). *Buku Pedoman Kerja Mahasiswa Praktik Profesi Keperawatan Komunitas*.
- Mahendra, A. (2017). *Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose (CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (Eichhornia crassipes)*. UNESA Journal of Chemistry, 6(1).
- Marbawi, M. I., & Salim, T. A. (2019). *Mempertahankan keaslian arsip elektronik di era digital berdasarkan tinjauan literatur sistematis*. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 15(2), 149. <https://doi.org/10.22146/bip.47370>
- Megawati, et al., (2017). *Sintesis Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Hasil Isolasi dari Batang Alang-Alang (Imperata Cylindrica. L)*. Pharmaceutical and Medicinal Sciences 2, no. 1: h. 13-16.
- Melisa, Syaiful, dan Nurhaeni. 2014. *Optimasi Sintesis Karboksimetil Selulosa Dari Tongkol Jagung Manis (Zea Mays L Saccharata) Optimization Synthesis Corboxymethyl Cellulose Of Sweet Corn Cob (Zea Mays L Saccharata)*. Online Journal of Natural Science, 3(2): 70-78 [diakses 13-2-2016]
- Melda Permana BR Purba. *Sintesis dan Karakterisasi CMC (Carboxymethyl Cellulose) dari Selulosa Batang Pisang Raja (Musa Paradisiaca) dengan Variasi Natrium Monokloroasetat*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara (2018): h. 10-31.
- Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko. (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK


Unesa, 8(1).

- Musfiroh I., Hasanah A.N. and Budiman I., (2013). *The Optimization of Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na-CMC) Synthesized from Water Hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solm) Cellulose*, RJPBCS, 4(4), 1092-1099
- Mustaqim, Abdul. (2015). *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Nasution, Haris Munandar, (2020). *Farmasi dalam Perspektif Islam*. Medan. CV. Manji
- Ningsi, Surya et al., (2020). *Karakterisasi Mikrokrystalin Selulosa dari Kulit Jagung Pulut (Zea mays L.Var Cratina Kulesh*. Jurnal Kesehatan; (2622-3363). <http://doi.org/10.24252/kesehatan.v1i1.15294>
- Nisa, Dianrifiya dan Widya Dwi Rukmi Putri. (2014) *Pemanfaatan Selulosa dari Kulit Buah Kakao (Theobroma Cacao L.) Sebagai Bahan Baku Pembuatan CMC (Carboxymethyl Cellulosa)*. Pangan dan Agroindustri 2, no. 3: h. 34-42.
- Nur, R., Tamrin, Muzakkar, M. Z. (2016). *Sintesis Dan Karakterisasi Cmc (Carboxymethyl Cellulose) Yang Dihasilkan Dari Jerami Padi*. J. Sains dan Teknologi Pangan. 1(3): 227 dan 229
- Pitolaka, Badra Alia, et al., (2015). *Pembuatan CMC dari Selulosa Eceng Gondok dengan Media Reaksi Campuran Larutan Isopropanol-Isobutanol untuk Mendapatkan Viskositas dan Kemurnian Tinggi*. Integrasi Proses 5, no. 2 : h. 108-114.
- Putera, R. D. H. (2012). *Ekstraksi serat selulosa dari tanaman eceng gondok (Eichornia crassipes) dengan variasi pelarut*. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Rowe, R.C; Sheskey, J, Paul; Queen, M. (2009). *Handbook Of Pharmaceutical Excipients* (6th ed). London: Pharmaceutical Press.
- Safitri, D., Rahim, E. A., Prismawiryanti., dan Sikanna, R. (2017). *Sintesis Karboksimetil Selulosa (CMC) dari Kulit Durian (Durio zibethinus)*. Kovalen. Vol. 3, No. 1
- Salimi et al., (2021), *Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose Sodium (Na-CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dengan Media Reaksi Etanol-Isobutanol*. Jamb.J.Chem 3 (1), 1-11 p-ISSN: 2656-3665
- Santoso, S. P.; Sanjaya, N.; citra, A. A.; (2012). *Antaresti., Pemanfaatan kulit singkong sebagai bahan baku pembuatan natrium karboksimetil selulosa*, Jurnal Teknik Kimia Indonesia vol.11, no. 3,124-131
- Shihab, Quraish, M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta : Lentera Hati
- Sjostrom, Eero, (1995). *Kimia Kayu, Dasar-dasar dan Penggunaan, Edisi kedua*, Universitas GajahMada
- Sun JX, Sun XF, Zhao H, Sun RC, (2004). *Isolation and Characterization of cellulose from sugarcane baggase*. Jour Polymer Degrad Stab. 84:331-339

- Standar Nasional Indonesia, (1995). *Natrium KarboksiMetil Selulosa Teknis*, Dewan Standarisasi Nasional Indonesia: Jakarta
- Standar Nasional Indonesia, (1998). *Cara Uji Viskositas Larutan Natrium Karboksimetil Selulosa*, Dewan Standarisasi Nasional Indonesia: Jakarta
- Sumada K, Tamara PE, dan Alqani F., 2011, *Kajian Proses Isolasi α -selulosa dari Limbah Batang Tanaman Manihot esculenta Crantz yang Efisien*, Jurnal Teknik Kimia, 5 (2), 434-438.
- Wijaya, S. H. (2013). *Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl cellulose (CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (Eichermia Crassipes) dengan Media Reaksi Isopropanol-Etanol*, Universitas Indonesia, Depok
- Wijayani, A.; Khoirul U.; Siti T., (2005). *Karakterisasi Carboxymethyl cellulose (CMC) dari Eceng Gondok (Eichornia crassipes (Mart) Solms)*, Indonesian Journal of Chemistry, 5, 228-231.
- Zurharmita, s. N.D. and Mahyuddin, (2012). *Pembuatan Mikrokristalin Selulosa dari Ampas Tebu (Saccharum Officinarum L.)*, Jurnal Sains dan Teknologi Farmasi, vol. 17, no. 2, pp. 158-163,.
- Zulharmitta et al., (2012). *Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Batang Rumpun Gajah (Pennisetum Purpureum Schumach.* Farmasi Higea 4, no. 2: h. 92-99.
- Zhao H., Cheng F., Li G. and dan Zhang J., (2010). *Optimization of a Process for Carboxymethyl Cellulose (CMC) Preparation in Mixed Solvents*, International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 52(9), 749-759.

Lampiran 1. Hasil Pencarian *Google Scholar*

Kata Kunci : Sintesis dan Karakterisasi Na CMC

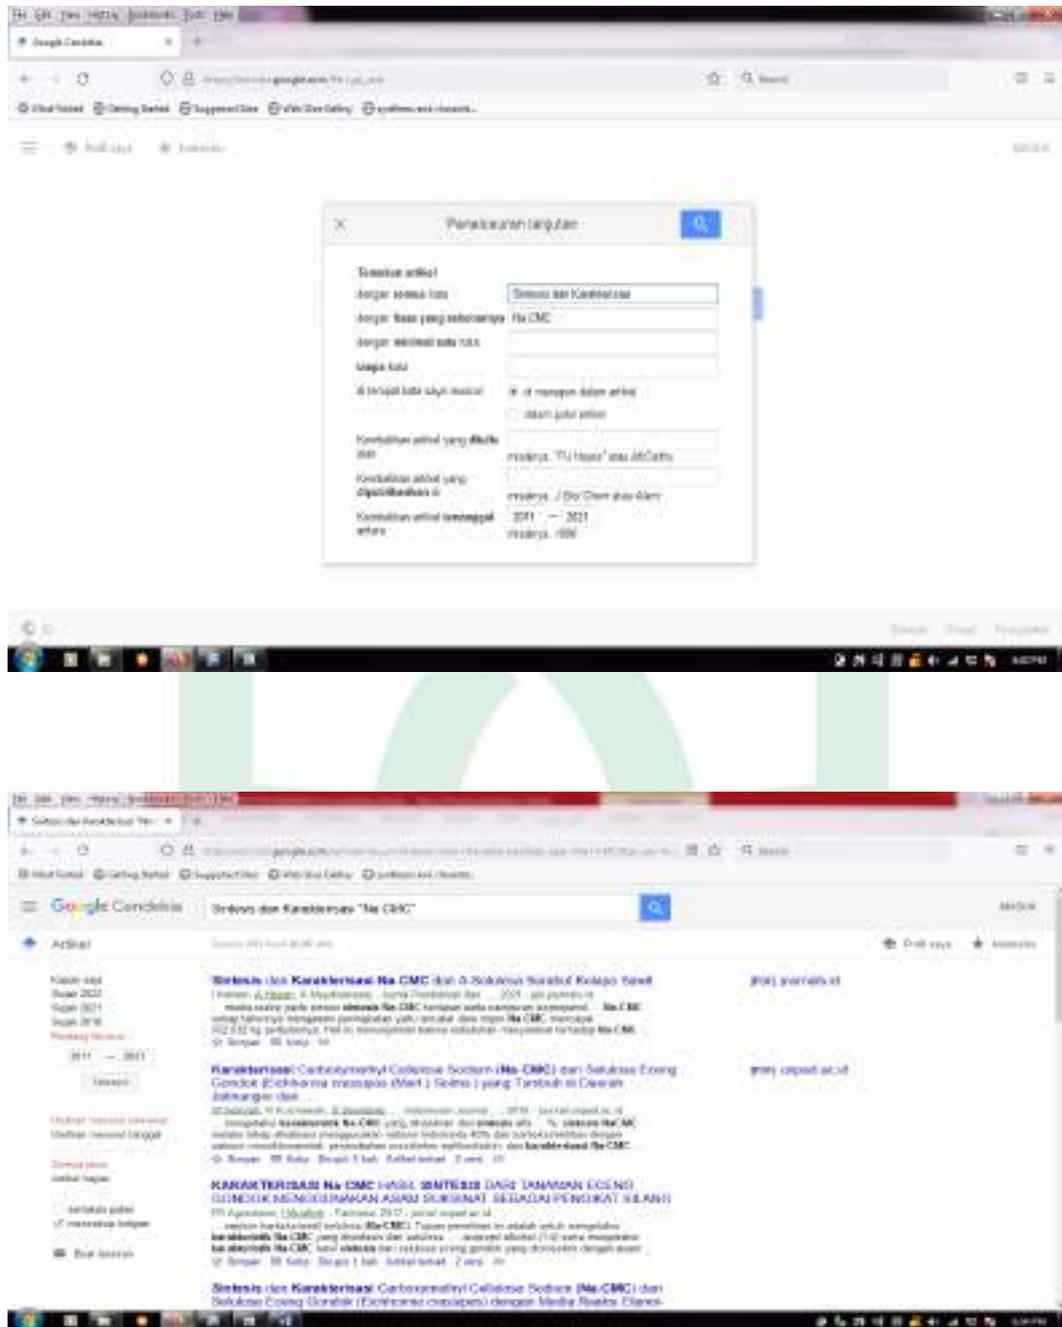

Kata Kunci : Synthesis and Characterization Of Na CMC

The image shows a sequence of screenshots from a web browser. The top screenshot is a search dialog box titled "Penelusuran lanjutan" (Advanced Search) with the following fields:

- Simakan artikel:
- Angka berapa saja:
- Angka berapa yang relevan saja:
- Angka minimal saja saja:
- Angka saja:
- di semua atau salah satu: di semua atau salah satu dalam judul artikel
- Kontribusi artikel yang ditulis oleh:
- Kontribusi artikel yang dipublikasikan di:
- Kontribusi artikel terbitnya pada: —
- Kontribusi artikel terbitnya pada:

The middle screenshot shows the desktop environment with a taskbar and system tray.


The bottom screenshot shows the Google Scholar search results for "Synthesis and characterization of Na CMC". The search results include:

- Artikel** (12 items found, 20:00:00)
- Halaman apa** (Saja 2021, Saja 2021, Saja 2011)
- Filtering terbitnya** (2011 — 2021)
- Urutkan menurut relevansi** (Urutkan menurut terbitnya)
- Sortir saja** (Artikel saja)
- 11** (Artikel pilihan, 17 (Artikel pilihan terbitnya))
- 11** (Buat terbit)

The search results list several articles:

- Synthesis and characterization of a magnetic hybrid material consisting of iron oxide in a carboxymethyl cellulose matrix** by Lina-Melina, E. Scahillab, ... *Journal of Applied Polymer Science*, 2011. Wiley Online Library. [Full text PDF](#)
- Synthesis and characterization of carboxymethyl cellulose/magnetic nanocomposites** by Mulyati, Tji Hyeon. *Journal of Nanoparticles Research*, 2010. Springer. [Full text PDF](#)
- Synthesis and characterization of sodium carboxymethylcellulose from post husk of Cocoa (Theobroma cacao L.)** by Mulyati, Tji Hyeon. *Wiley Journal of Food Science*, 2010. [Full text PDF](#)
- Synthesis and characterization of antibacterial carboxymethyl cellulose/2,0-naphthoquinone hydroquinone hydrogels**

Kata Kunci: Utilization of Na CMC

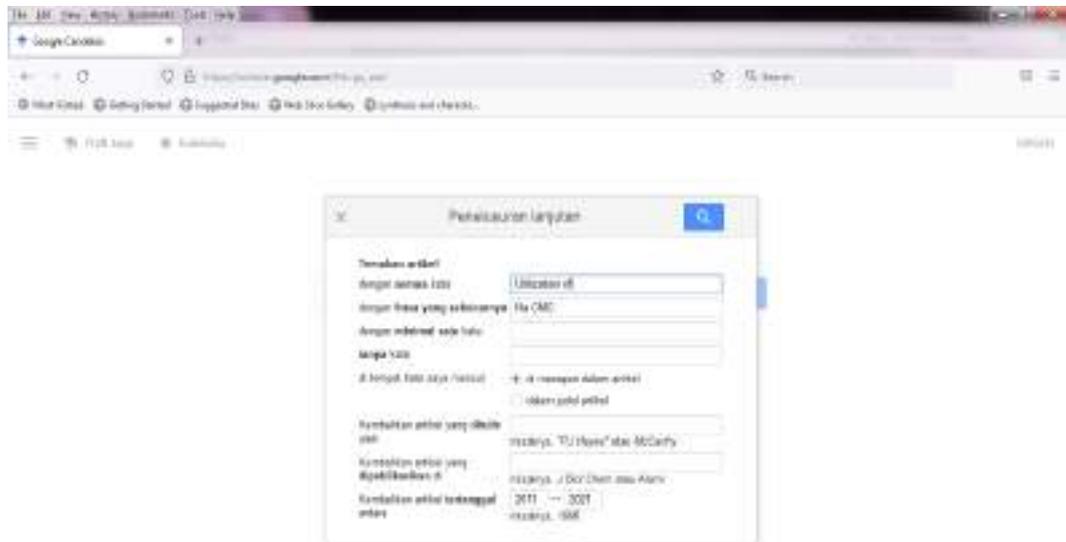

Lampiran 2. Hasil Pencarian *Science Direct*

Kata Kunci : Synthesis and Characterization of Na CMC

The screenshot shows a ScienceDirect search page with the following details:

- Search Query:** synthesis and characterization of "Na CMC"
- Results:** 227 results
- Refine by:**
 - Years: 2021 (46), 2020 (49), 2019 (33), 2018 (28), 2017 (24), 2016 (21), 2015 (12), 2014 (12)
- Research Article 1:** Synthesis of NaCMC nanofibers composite as self-standing anode for high-performance sodium ion batteries by a smart process. *Journal of Membrane Science*, 11 June 2021. Authors: Hanxia Yu, Min Peng, ... Jiansun Wang.
- Research Article 2:** Systematic investigation of the binder's role in the electrochemical performance of tin sulfide electrodes in SIBs. *Journal of Power Sources*, 1 November 2020. Authors: Douglas Ma, Yiqiang Liu, ... Xinyu He.

Kata Kunci : Utilization of Na CMC

The screenshot shows a ScienceDirect search page with the following details:

- Search Query:** utilization of "Na CMC"
- Results:** 219 results
- Refine by:**
 - Years: 2021 (18), 2020 (35), 2019 (24), 2018 (26), 2017 (24), 2016 (28), 2015 (20), 2014 (12), 2013 (12)
- Research Article 1:** Effect of binder concentration on properties of low-cost fly ash-based tubular ceramic membrane and its application in separation of glycerol from bioethanol. *Journal of Cleaner Production*, 20 August 2021. Authors: Akshay Prasad Gowrishankar, G. Pugazhendi.
- Research Article 2:** Electrochemical synthesis of PPy composite with nanostructured MnO₂, CoO₂, NiO₂, and FeO₂ in aqueous media for supercapacitor applications. *Polymers*, 1 March 2019. Authors: Eshan Kumar, Dipak Mishra, ... Kailash Kumar.

Lampiran 3. Hasil Pencarian *PubMed*

Kata Kunci: Synthesis and Characterization of Na CM

The screenshot shows a PubMed search for the keyword "Synthesis and characterization of Na CMC". The search results page displays a bar chart on the left showing the number of results for the years 2021 and 2022. The main results list includes two articles:

- Modified Synthesis and Physicochemical Characterization of a Bioglass Based Composite for Guided Bone Regeneration.** By Sita M, Aji R, Goeth CD, Dharma R. *Journal of Materials Science: Materials in Medicine*. 2021;32(12):2425-33. doi:10.1039/c1jm31433a. eCollection 2021. PMID: 34490394. [View PMC article](#).
- Na(DiDGM)F(CO) hybrid as efficient, reusable, removable, self-organized nanocatalyst for green synthesis of pyrazepoxide and polyhydroquinone derivatives.**

Kata Kunci : Utilization of Na CMC

The screenshot shows a PubMed search for the keyword "Utilization of Na CMC". The search results page displays a bar chart on the left showing the number of results for the years 2021 and 2022. The main results list includes two articles:

- A Quality by Design Approach of Microsizable Bead and Assessment of Antimicrobial Study Utilizing Box-Behnken Design.** By A. Mahesh & Saranya A. Sathish V. Sathish E. *Formulation and Pharmaceutical Sciences*. 2021;34(1):183-193. doi:10.2174/187237130002210034111. PMID: 33782628.
- In vitro and in vivo evaluation of biologically synthesized silver nanoparticles for topical applications: effect of carbon coating and loading into hydrogels.** Manojay K, & Ishwari W, Babu M, Suresh B, Harad M, & Srinivasan S, Boston MA, USA.

Lampiran 4. Jurnal Analisis

Pharmacog J. 2019; 11(5):894-900.
 A Multidisciplinary Journal in the Field of Natural Products and Pharmaceutical
 www.phcogj.com

Original Article

Characterization Sodium Carboxymethyl Cellulose from Alpha Cellulose Betung Bamboo (*Dendrocalamus asper*)

Herman Suryadi*, Sutriyo, Ghina Fauziah

Herman Suryadi*, Sutriyo,
 Ghina Fauziah

Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia,
 Depok, INDONESIA

Correspondence

Herman Suryadi
 Faculty of Pharmacy, Universitas
 Indonesia, Depok, INDONESIA

Email: hsuryadi@farmasi.ui.ac.id

History

- Submission Date: 06-02-2019
- Review completed: 12-06-2019
- Accepted Date: 24-05-2019

DOI: 10.5530/ptj.2019.11.142

Article Available online

<http://www.phcogj.com/PTJ19>

Copyright

© 2019 PhcogJ. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0

ABSTRACT

Objective: Sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) is one of pharmaceutical excipients that can be used to increase viscosity in topical, oral and parenteral pharmaceutical formulation, beside that it can also be used as binder and disintegrant in tablet formulation. Betung bamboo is one of natural material that contains high concentration of holocellulose for about 83.80%. The purpose of this study was to characterize Na-CMC obtained through alkalization and carboxymethylation reaction. **Methods:** Alkalization was carried out using 25% sodium hydroxide and 17% sodium tetraborate. Carboxymethylation was done with sodium monochloroacetate to alpha cellulose ratio 1.3 : 1. Product was identified by FTIR and further characterized by XRD, SEM, DS value and pH. **Result:** The product was white colour powder which has similarities of its infrared spectrum to reference. Other characteristics that showed similarities to reference was degree of substitution 0.7073, pH 7.61, average of particle size distribution 71.04 µm, moisture content 0.88%, sulfated ash content 32.64% and loss on drying 0.65%. **Conclusion:** Based on the comparison of X-ray diffraction, there is similarity between reference and product (Na-CMC) from betung bamboo. However, there were differences in melting temperature, viscosity and morphological analysis with SEM to reference.

Key words: Betung bamboo, Cellulose, Sodium carboxymethylcellulose, Alkalization, Carboxymethylation, Characterization.

INTRODUCTION

Sodium carboxymethyl cellulose is used in oral and topical dosage formulation in pharmaceutical field. Sodium carboxymethyl cellulose can also be used

carboxymethyl cellulose is synthesized through two stages, alkalization and carboxymethylation. Alkalization was carried out using sodium hydroxide that produces more reactive alkaline cellulose. Whereas in carboxymethylation, sodium

Received: 25 June 2019 | Revised: 16 October 2019 | Accepted: 20 December 2019
 DOI: 10.5530/ptj.2019.11.142

RESEARCH ARTICLE



Synthesis and characterization of sodium-carboxymethylcellulose from cotton, powder, microcrystalline and nanocellulose

Yuldoshev Sherzod Abdullaevich | Yunusov Khaydar Ergashovich |
 Sarymsakov Abdushkur Abdulkhalilovich | Goyipnazarov Ilhom Shavkat o'g'li

Laboratory Chemistry and Technology of Cellulose and its Derivatives, Institute of Polymer Chemistry and Physics, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan

Correspondence

Yuldoshev Sherzod Abdullaevich and Yunusov Khaydar Ergashovich, Laboratory Chemistry and Technology of Cellulose and its Derivatives, Institute of Polymer Chemistry and Physics, Uzbekistan Academy of Sciences, 81, Alshukh Raufiy 7707, Tashkent, 100136, Uzbekistan
 Email: yuldoshevsk_y@red.ru and yunusov172@yandex.com

Funding information

Grant number: Applied project A-19-2019-10 "Development of some generation of biopolymers for the treatment of various types of tumor" for 2019-2022 supported the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan.

Abstract

Cotton cellulose, powder cellulose, microcrystalline cellulose and nanocellulose were carboxymethylated with monochloroacetic acid by the suspension method in an ethyl alcohol medium. The effects of reaction conditions such as cellulose materials, sodium hydroxide concentration, molar NaOH/xylohydroglucose unit ratio, monochloroacetic acid consumption, reaction temperature and etherification time on product quality, especially the degree of substitution, degree of polymerization and water solubility of sodium-carboxymethylcellulose, were studied. By controlling these parameters, completely water-soluble sodium-carboxymethylcellulose samples with a high degree of substitution within 0.75, 1.47, 0.86, and 1.25 were obtained from cotton cellulose, powder cellulose, microcrystalline and nanocellulose. The boundaries of complete solubility of the obtained sodium-carboxymethylcellulose were at low degrees of substitution (0.4, 0.44, 0.43, 0.35) and degrees of polymerization (380, 400, 240, 150) obtained from cotton cellulose, powder cellulose, microcrystalline cellulose and nanocellulose, respectively.

KEYWORDS

Effect of reaction, polymer carboxymethylation, cotton cellulose, degree of substitution, polymer, sodium carboxymethylcellulose

Sintesis dan Karakterisasi Na-CMC dari α -Selulosa Serabut Kelapa Sawit

Indriani¹, Abu Hasan², Anerasari Meydiarini³

^{1,2,3}Program Studi Teknologi Kimia Industri, Teknik Kimia
Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia.
Email: ¹indriani189@gmail.com

Abstrak

Na-CMC adalah ester polimer selulosa linear yang digunakan sebagai bahan pengental, pengemulsi dan penstabil. Salah satu bahan dasar pembuatan Na-CMC yaitu serabut kelapa sawit. Serabut kelapa sawit merupakan salah satu hasil samping terbanyak yang dihasilkan dalam proses pengolahan minyak kelapa sawit dan dapat diproses sebagai sumber selulosa karena mengandung selulosa hingga 50,00%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan komposisi optimal campuran media reaksi isopropanol-etanol dan konsentrasi asam trikloroasetat serta konsentrasi NaOH dengan metode yang dilakukan yaitu memvariasikan komposisi media reaksi isopropanol-etanol menjadi 20:80; 40:60; 50:50; 60:40 dan 80:20, sedangkan untuk konsentrasi asam trikloroasetat divariasikan menjadi 15%, 20% dan 25% dan untuk konsentrasi NaOH yaitu 15% dan 20%. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komposisi optimal media reaksi pada proses sintesis Na-CMC terdapat pada campuran isopropanol-etanol 80:20 dengan konsentrasi asam trikloroasetat 25% dan konsentrasi NaOH 20% menghasilkan nilai DS yang tertinggi yaitu sebesar 0,8124 dengan konurmasi dan pH berturut-turut sebesar 96,68% dan 7,9.

Kata kunci: asam trikloroasetat, media reaksi, Na-CMC.

Synthesis and Characterization of Na-CMC from α -Cellulose Oil Palm Fiber

Abstract

Na-CMC is a linear cellulose polymer ester used as a thickener, emulsifier and stabilizer. One of the basic ingredients for making Na-CMC is palm fiber. Palm fiber is one of the largest by-products produced in the palm oil processing process and can be used as a source of cellulose because it contains up to 50.00% cellulose. The purpose of this study was to obtain the optimal composition of the isopropanol-ethanol reaction media mixture and the concentration of trichloroacetic acid and the concentration of NaOH by the method used to vary the composition of the isopropanol-ethanol reaction medium to 20:80; 40:60; 50:50; 60:40 and 80:20, while the concentration of trichloroacetic acid was varied to 15%, 20% and 25% and the concentration of NaOH was 15% and 20%. The results showed that the optimal composition of the reaction medium in the Na-CMC synthesis process was found in a mixture of isopropanol-ethanol 80:20 with a concentration of 25% trichloroacetic acid and 20% NaOH concentration resulting in the highest DS value of 0.8124 with purity and pH respectively: respectively 96.68% and 7.9.

Keywords: Na-CMC, reaction media, trichloroacetic acid.

PEMANFAATAN KULIT SINGKONG SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN NATRIUM KARBOKSIMETIL SELULOSA

Shella Permatasari Santoso, Niko Sanjaya, Aning Ayucitra¹, Antaresti
Kotompok Keahlian Rekayasa Proses, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik
Universitas Katolik Widya Mandala
Jalan Kalijudan 37, Surabaya 60114
Email: ayucitra@yahoo.com

Abstrak

Kulit singkong merupakan sumber selulosa yang berlimpah dan murah, dengan kadar selulosa 80-85% dari berat kulit singkong. Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan selulosa dalam kulit singkong sebagai bahan baku pembuatan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC), mempelajari pengaruh natrium hidroksida, natrium kloroasetat serta suhu pada karakteristik Na-CMC seperti perolehan, konurmasi, dan derajat substitusi, serta menentukan kondisi operasi optimal untuk pembuatan Na-CMC berdasarkan konurmasi Na-CMC terbesar. Gagas pengal Na-CMC dibuktikan menggunakan Fourier Transform Infrared Spectru. Mula-mula, kulit singkong dikeringkan dan ditancapkan sehingga berairan 50 mm. Kulit singkong diekstraksi dengan NaOH 10% di suhu 35 °C selama 5 jam, untuk melarutkan lignin. Kulit singkong bebas lignin diekstrak dengan asam asetat 10% dan natrium klorida dengan pemanasan 750 °C selama 1 jam untuk melarutkan hemicelulosa sehingga didapatkan selulosa. Alkaliiasi dilakukan dengan mereaksikan selulosa dengan NaOH 10-40% dengan pelarut isopropil alkohol pada suhu 30 °C selama 90 menit, dilanjutkan esterifikasi dengan natrium kloroasetat 1-5 g pada suhu 50-80 °C selama 6 jam. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik Na-CMC terbaik didapatkan dari alkaliasi selulosa menggunakan NaOH 20% serta esterifikasi menggunakan 3 g natrium kloroasetat pada suhu 70 °C. Perolehan Na-CMC yang didapat adalah sebesar 22%, konurmasi 96,20%, derajat substitusi 0,705; termasuk dalam grade kelas menurut SNI 06-1736-1995.

Kata kunci: kulit singkong, karboksimetil selulosa, Na-CMC, esterifikasi

**KARAKTERISASI Na-CMC HASIL SINTESIS DARI TANAMAN ECENG GONDOK
MENGUNAKAN ASAM SUKSIKINAT SEBAGAI PENGIKAT SILANG**

Fenadya Rahayu Agustiono, Ida Musfirah

Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor 45363

Fenadyarahayu17@gmail.com**ABSTRAK**

Eceng gondok (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) merupakan gulma perairan yang keberadaannya melimpah dan memiliki kandungan selulosa tinggi yang membuat tanaman ini berpotensi digunakan sebagai bahan baku pembuatan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

karakteristik Na-CMC yang disintesis dari

selulosa eceng gondok dengan tiga jenis pelarut berbeda yaitu isopropil alkohol, isobutil alkohol, dan pelarut campuran isobutil alkohol-isopropil alkohol (1:4) serta mengetahui karakteristik Na-CMC hasil sintesis dari selulosa eceng gondok yang dicrosslink dengan asam sukcinat. Penelitian ini meliputi isolasi α -selulosa, sintesis Na-CMC melalui tahap alkalisasi dan karboksimetilasi, proses ikat silang Na-CMC dengan crosslinker asam sukcinat dan karakterisasi Na-CMC berdasarkan Farmakope Indonesia, SNI, dan JECFA. Karakterisasi yang dilakukan meliputi pemecian, kelarutan, foam test, uji pengendapan, pH, dan susut pengeringan. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa Na-CMC hasil sintesis memenuhi seluruh persyaratan. Kata kunci: Sintesis, eceng gondok, pelarut campuran, Na-CMC, asam sukcinat



**PEMBUATAN NATRIUM KARBOKSIMETIL SELULOSA
(Na-CMC) DARI SELULOSALIMBAH KULIT KACANG
TANAH (*ARACHIS HYPOGAEA* L.)**

Pamulia Conwanti¹*, Muhammad Dani, Zohair Saleh Daulay¹Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662

E-mail: pamulia_conwanti@yahoo.com**Abstrak**

Struktur kulit kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) terdiri dari selulosa, hemicelulosa dan lignin. Kadar selulosa yang terkandung didalam kulit kacang tanah sebesar 64,42%. Tujuan penelitian ini untuk memanfaatkan kulit kacang tanah sebagai bahan baku pembuatan Na-CMC, mempelajari pengaruh konsentrasi natrium hidroksida dan jumlah natrium kloroasetat terhadap derajat substitusi, viskositas dan pH pada Na-CMC. Keberadaan gugus karboksil (-COOH) pada Na-CMC diidentifikasi menggunakan *Fourier Transform Infra Red Spectra*. Tahapan pembuatan Na-CMC terdiri dari *pretreatment* bahan baku, pembuatan Na-CMC (alkalisasi dan karboksimetilasi), penstrainan produk. Variasi konsentrasi NaOH pada alkalisasi adalah 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% dengan pelarut isopropil alkohol. Kondisi operasi pada reaksi alkalisasi yaitu pada suhu 30°C dengan kecepatan pengadukan 500 rpm selama 90 menit. Variasi jumlah natrium kloroasetat pada karboksimetilasi adalah 4, 6, 8 dan 10 gram pada suhu 70°C dengan kecepatan pengadukan 500 rpm selama 4 jam. Na-CMC terbaik yang didapat yaitu pada konsentrasi 20% NaOH dan 6 gram natrium kloroasetat, dengan derajat substitusi 0,73, viskositas 12,40 cP dan pH 6,3.

Kata kunci: Derajat substitusi, kulit kacang tanah, Na-CMC

Abstract

Peanut peel (*Arachis hypogaea* L.) consist of cellulose, hemicelulose, and lignin. The amount of cellulose after treatment is 64.42%. The purpose of research was to use peanut peel as raw material to produce Na-CMC, to evaluate effect of the concentration of sodium hydroxide and mass of sodium chloroacetate on the degree of substitution, viscosity, and pH of Na-CMC. The presence of Na-CMC functional group was determined using FTIR spectrophotometer. The stages to produce Na-CMC consist of peanut peel treatment, synthesis of Na-CMC (alkalization and carbosymethylation), product neutralization. The variations of NaOH concentration is 10%, 15%, 20%, 25% and 30% using isopropyl alcohol solvent. Alkalinization operating conditions at 30 °C, 500 rpm of agitation for 90 minutes. The variations of sodium chloroacetate is 4, 6, 8, and 10 gram at 70 °C, 500 rpm of agitation for 4 hours. The best Na-CMC based on degree of substitution, viscosity and pH was obtained by adding 20% NaOH and 6 gram sodium chloroacetate. As result of degree of substitution 0.73, viscosity 12.40 cP and pH 6.3.

Keywords: Degree of substitution, peanut peel, Na-CMC

Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose Sodium (Na-CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*) dengan Media Reaksi Etanol-Isobutanol

Yusza K. Salimi^{1*}, Alwi S. Hasan¹, Deasy N. Botuthe²

¹Program Studi Kimia, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Gorontalo, Indonesia

ABSTRAK

Eceng gondok adalah salah satu tumbuhan bahan serat alam yang memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi. Kadar selulosa yang tinggi dapat digunakan dalam pembuatan Karboksimetil Selulosa Sodium (Na-CMC). Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui karakteristik Karboksimetil Selulosa Sodium (Na-CMC) dari tanaman eceng gondok, dan mendapatkan variasi media reaksi terbaik dalam proses sintesis. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pertama ekstraksi selulosa yang terdiri dari (dewaxing, dehemiselulose dan bleaching), tahap kedua yaitu tahap sintesis yang terdiri dari tahap pencampuran menggunakan media reaksi etanol-isobutanol (20:80, 50 : 50, 80:20). Tahap alkalisasi menggunakan NaOH 10% b / v, tahap karboksimetilasi menggunakan CICH₂COONa. Tahap ketiga adalah karakterisasi CMC yang terdiri dari uji organoleptik, sifat fisikokimia (pH, susut pengeringan sampel, viskositas dan derajat substitusi), uji kadar NaCl, uji kemurnian, analisis FT-IR. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik CMC mendekati karakteristik standar Na-CMC dengan campuran media reaksi etanol-isobutanol 20:80 (v / v) dengan nilai DS 0,8560, kemurnian 93,7463% level, pH 6,5 dan viskositas. 302 cP.

Kata Kunci : Eceng Gondok; Selulosa; Na-CMC



Jamb. J. Chem. Sci., 19(3), 2013, 1227-1237
ISSN 0972-7682
www.rajapubs.in/rajsocsc

EPICHLOROHYDRIN AS CROSSLINKING AGENT FOR SYNTHESIS OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM (Na-CMC) AS PHARMACEUTICAL EXCIPIENT FROM WATER HYACINTH (*EICHORRRIA CRASSIPES* L.)

ALIYA NUR HASANAH¹, INGGHEA ELYANI, SRIWIDODO², MUCHTARIDI, AHMAD MUHTADI³ and IDA MUSFIROH

¹Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran, Jl Raya Bandung Sumedang KM 21,5 JATIDIRANGGOR
²Pharmaceutical Technology Department, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran, Jl Raya Bandung Sumedang KM 21,5 JATIDIRANGGOR
³Pharmacology and Clinical Pharmacy Department, Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran, Jl Raya Bandung Sumedang KM 21,5 JATIDIRANGGOR

ABSTRACT

Water hyacinth is a plant, which contain high cellulose concentration that potential to be used as raw material for carboxymethylcellulose sodium. This study was conducted to observed the influence of crosslinker epichlorohydrin to the value of water holding capacity (WHC) and oil holding capacity (OHC) of carboxymethyl cellulose sodium synthesized from water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.). Research conducted through α-cellulose isolation, synthesis of Na-CMC, crosslinking Na-CMC, and characterization. The results showed α-cellulose yield of 26.334% and Na-CMC crosslink 150%. Physical quality evaluation of Na-CMC synthesized results and Na-CMC crosslink shows the most effective crosslink is in comparison 1:10. The value of WHC and OHC from Na-CMC, non crosslink Na-CMC and crosslink Na-CMC consecutively are 4.24 g/g and 4.59 g/g, 4.415 g/g and 3.83 g/g, 5.68 g/g and 2.87 g/g. Based on the study, epichlorohydrin can be used as a crosslinker in synthesis of Na-CMC from cellulose of water hyacinth for pharmaceutical application.

Key words: Carboxymethylcellulose sodium, Crosslink, Epichlorohydrin, α-Cellulose, Water hyacinth.

**PEMBUATAN NATRIUM KARBOKSIMETIL SELULOSA (Na CMC) DARI
BATANG RUMPUT GAJAH (*Pennisetum purpureum* Schumach)**

Zulharmitta¹, Silvia Maryani² dan Roslinda Rasyid¹

¹Fakultas Farmasi, Universitas Andalas (UNAND), Padang

²Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM), Padang

ABSTRACT

A study on the preparation of sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC) from cellulose powder that was isolated from the stems elephant grass (*Pennisetum purpureum* Schumach) has been performed. Cellulose was purified using 17.5% of sodium hydroxide solution, then bleach, dried and crushed to obtain alpha cellulose. Alfa cellulose was etified with sodium chloroacetat resulting sodium carboxymethyl cellulose, furthermore characterized: organoleptic, losses on drying, chemical identification, pH test and test with fourier transform infrared (FT-IR). The results showed that of 300 g stems elephant grass yield alpha cellulose as much as 92.54 g and 25 g of alpha cellulose produced Na-CMC as 16.92 g. Based on the characterization made Na-CMC and Na-CMC Merck® meet Indonesian Pharmacopoeia 3rd edition requirement.

Keywords : sodium carboxymethyl cellulose, cellulose, stems elephant grass .



ISSN: 0975-8585

**Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical
Sciences**

**The Optimization of Sodium Carboxymethyl Cellulose (NA-CMC) Synthesized
from Water Hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solim) Cellulose**

Ida Musfiroh, and *Abys Nur Hasanah Inan Budiman

Faculty of Pharmacy, Universitas Padjadjaran, Jl Raya Bandung-Sumedang KM 21,5, Jatinangor – Sumedang

ABSTRACT

One plant that has a high cellulose content that is equal to 94.51% is water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solim.). Water hyacinth has great potential to be used as a raw material for various products, such as sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC). Na-CMC is usually used in pharmaceutical industry as an excipient for pharmaceutical formulation. This study aims to isolate the alpha cellulose from water hyacinth and to optimize the synthesis of Na-CMC so that it can meet the standards of pharmaceutical excipients. The method of this research consists of the isolation of alpha cellulose with NaOH 15% and 12% NaOCl, the assay of cellulose, the synthesis of Na-CMC as pharmaceutical excipients using 40% NaOH, sodium monochloroacetate of 1:250 ratio, and the characterization. The results show the yield of 15.27% water hyacinth, and contain a high level of 61.176% alpha cellulose which is used for the synthesis of NaCMC with 95.33% yield. Characterization done by using Infrared Spectrophotometry, Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy dispersive X-Ray Spectrometry (EDS) shows that the synthesized product gives the same spectrum as Na-CMC.

Keywords: sodium carboxymethyl cellulose, α-cellulose, water hyacinth

Synthesis of Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na-CMC) from Water Hyacinth with Mixed Solvent using Succinic Acid and Epichlorohydrin as Crosslinker

Marifiah L^{1*}, Hasanah A.N¹, Djayasepatra M², Agastriana R.H¹, Machtarik MachtarikF, Sriwidada² and Mukhlidi A³

¹ Department of Pharmaceutical Analysis and Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy Universitas Padjadjara Bandung, 40132, Indonesia

² Department of Pharmaceutical and Technology of Pharmacy, Faculty of Pharmacy Tadulisan Palangana Bandung, 40132, Indonesia

³ Department of Pharmacology and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy Universitas Padjadjara Bandung, 40132, Indonesia

*Email: marifiah@unpad.ac.id

Abstract

Water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) is an aquatic weed which has high cellulose content which it could serve potentially as raw material for Na-CMC synthesis. This study aimed to synthesize and determine Na-CMC quality using variations of solvent of isopropyl alcohol, isobutyl alcohol and isobutyl alcohol-isopropyl alcohol (1:4) and crosslinker by succinic acid and epichlorohydrin. This study involved isolating α -cellulose, synthesis of Na-CMC through sulfonation and carboxymethylation, crosslinking Na-CMC by succinic acid and epichlorohydrin and their characterization as pharmaceutical excipients.

The results of characterization showed that values of degree of substitution (DS), Water Holding Capacity (WHC), Oil Holding Capacity (OHC) using isopropyl alcohol, isobutyl alcohol and isobutyl alcohol-isopropyl alcohol (1:4) as solvent without crosslinker were 0.66, 4.79 g/g, 3.57 g/g; 0.77, 4.53 g/g, 3.16 g/g; and 0.80, 4.02 g/g, 3.52 g/g respectively.

Meanwhile, Na-CMC synthesized using crosslinker of epichlorohydrin and succinic has decreased the values for Na-CMC synthesized using isopropyl alcohol as solvent without better than other solvents with the value of DS, WHC and OHC parameters as 0.16, 3.32 g/g, 2.80 g/g; and 0.5, 4.55 g/g, 3.10 g/g respectively. The results showed that Na-CMC synthesized from Water hyacinth with the best characteristics is shown using isobutyl alcohol-isopropyl alcohol (1:4) as solvent.

Keywords: Na-CMC, water hyacinth, solvent, succinic acid, epichlorohydrin.

properties¹. Based on its usefulness, Na-CMC became a compound of interest and much studied.

Na-CMC synthesis has been studied many years ago. The synthesis of Na-CMC by utilizing the waste continues to be developed. Initially, Na-CMC was widely synthesized from wood cellulose. This is because the content of cellulose in wood is usually quite high which is about 42-47%. However, not only from wood, nowadays it has been widely developed to non-wood based Na-CMC synthesis, but agricultural wastes such as water hyacinth.²

Water hyacinth is a weed of water and the most troublesome plant because it grows very easily³. However, water hyacinth turned out to have high cellulose content of 55.27%⁴. In addition, the utilization of this plant has not been optimized, so this plant has great potential to be used as raw material in Na-CMC synthesis.

Na-CMC was synthesized from water hyacinth cellulose, but had deficiency in the value of Water Holding Capacity (WHC), Oil Holding Capacity (OHC) and Degree of Substitution (DS) compared to standard Na-CMC⁵. One of the things that can be done to improve WHC and OHC value is by adding crosslinker. Based on this, add epichlorohydrin crosslinker in Na-CMC synthesis and produce 5.68 g/g of WHC, 2.87 g/g of OHC and 0.085 of DS value.⁶

The other studies reported that using mixture solvent of isobutyl alcohol-isopropyl alcohol using the resulting DS value of Na-CMC. As well as, WHC and OHC value can be improved by using crosslinker. Succinic acid, maleic acid and citric acid were used as crosslinker in Na-CMC synthesis and it is reported that succinic acid gave the most optimum results among those three.⁷ Physical and chemical properties of Na-CMC are affected by DS value. DS influences on Na-CMC ability to absorb water, rheological behavior and viscosity of Na-CMC solution.⁸ This research

Abstract Journal of Food Science (Vol. 8(6)), pp. 182-185, 31 March, 2012
Available online at <http://www.academicjournals.org/AJFS>
DOI: 10.5897/10AJFS12020
ISSN 1088-0754 ©2012 Academic Journals

Full Length Research Paper

Synthesis and characterization of sodium carboxymethylcellulose from pod husk of Cacao (*Theobroma cacao* L.)

Gatot S. Hutomo^{1*}, Djagal W. Marseno², Sri Anggrahini² and Supriyanto²

¹ Department of Food Science, Faculty of Agriculture, Tadulisan University, J. Sukarno Hutan km 5, No. 52 Peta, Central Sulawesi 94115, Indonesia.

² Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology, University of Serang, Serang, Banten, Yogyakarta -Indonesia

Accepted 7 March 2012

Cacao pod husk (*Theobroma cacao* L.) is a by product of the cacao industry, rich in cellulose. The methodology to synthesize and uniqueness of the sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) is suggested by cellulose extraction from pod husk of cacao. Na-CMC was synthesized by using 20 ml NaOH at five various concentrations (15.25, 15, 20, 25, and 30.41% w/v) at 25°C for 1 h; followed with 5 sodium monochloroacetate (MCCA) samples 3.15, 4, 5, 6 and 6.88 g, respectively with 4 g of cellulose was added to slurry of various temperature (45.55, 55, 55, 55 and 62.44°C) for 3 h. The response surface methodology used to determine the optimum condition for synthesis of Na-CMC. The data showed that the optimum condition is 15% NaOH with 4 g MCCA, at 68.93°C for 3 h. Extracted Na-CMC has 0.76% of substitution (DS), 3.73 g/g water holding capacity (WHC), 2.12 g/g oil holding capacity (OHC), 95.81 lightness, 286.10 cP viscosity, and 141.60% yield.

Key words: Cellulose, carboxymethylcellulose, cacao pod husk.

Sintesis Natrium Karboksimetil Selulosa (Na.CMC) dari Selulosa Hasil Isolasi dari Batang Alang-Alang (*Imperata cylindrica* L.)

Megawati, Fitriyanti Jumaetri S, Syatriani

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Kebangsaan Makassar, Perintis Kemerdekaan Km 13.7 Daya-Makassar

Artikel Info

Terima : 21 Mei 2017

Disetujui : 02 Juni 2017

Diterbitkan : 09 Juni 2017

Kata Kunci

Imperata cylindrica L.

Selulosa

Na.CMC

ABSTRAK

Alang-alang (*Imperata cylindrica* L.) merupakan salah satu tanaman yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Tanaman mengandung kadar selulosa yang tinggi 96,7% yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan natrium karboksimetil selulosa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui natrium karboksimetil selulosa (Na.CMC) dari hasil isolasi selulosa batang Alang-alang (*Imperata cylindrica* L.) dengan membandingkan Na.CMC antara Na.CMC dari Alang-alang (*Imperata cylindrica* L.) di peroleh dengan alkalisasi antara selulosa dengan natrium hidroksida dengan pelarut isopropil alkohol yang di lakukan dengan etilifikasi menggunakan natrium klorida asetat. Hasil pengujian kualitatif identifikasi warna uji molochi menunjukkan hasil positif, analisis swelling membentuk modelage besarnya $\rho_{\text{H}_2\text{O}}/\rho_{\text{Na.CMC}}$ 8 Cp, pH 6 dengan konsentrasi 95,8%, uji nyala Na^+ yang diteliti dengan nyala uji kuring dan hasil FTIR menunjukkan pada bilangan gelombang 3442 cm^{-1} gugus -OH, 2918 cm^{-1} gugus C-H, 1647 cm^{-1} gugus C=O, 1365 cm^{-1} gugus -C-O dan 894 cm^{-1} adalah gugus C-H yang menunjukkan gugus Na.CMC sintesa.

JPST

Volume 3, Nomor 3, Oktober 2016

Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose Sodium (Na-CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) yang Tumbuh di Daerah Jatinangor dan Lembang

Wiwiek Indriyati, Ida Musfiroh, Rembulan Kusmawanti, Sriwidodo, Aliya Nur Hasanah

Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

Abstrak

Eceng gondok (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms.) memiliki kandungan selulosa yang tinggi sehingga berpotensi sebagai sumber bahan baku pembuatan carboxymethyl cellulose sodium (Na-CMC). Kandungan α -selulosa dapat mempengaruhi kualitas Na-CMC. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik Na-CMC yang dihasilkan dari sintesis alfa selulosa eceng gondok dari dua wilayah tempat tumbuh yang berbeda yaitu Jatinangor dan Lembang Jawa Barat. Metode yang dilakukan meliputi isolasi α -selulosa menggunakan natrium hidroksida 30%, sintesis Na-CMC melalui tahap alkalisasi menggunakan natrium hidroksida 40% dan karboksimetilasi dengan natrium monokloroasetat; penambahan crosslinker epiklorohidrin; dan karakterisasi Na-CMC. Hasil isolasi α -selulosa dan sintesis Na CMC dari eceng gondok Jatinangor dan Lembang yaitu kadar α -selulosa masing-masing 76,53% dan 71,35%, rendemen Na-CMC sebesar 96,87% dan 85,03%. Hasil karakterisasi Na-CMC menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada nilai WHC (Water Holding Capacity) namun tidak terdapat perbedaan pada nilai OHC (Oil Holding Capacity) dari Na-CMC hasil sintesis dari tanaman eceng gondok yang tumbuh di Jatinangor dan Lembang.

Kata kunci: Eceng gondok, α -Selulosa, Na-CMC, Karakterisasi, WHC, OHC

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Durrotun Nasihah akrab dipanggil Durrotun atau Atun. Dilahirkan di Bekasi Jawa Barat, pada tanggal 9 September 1998, tetapi besar Di Bima Nusa Tenggara Barat. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bustan, SE dan Ibu Siti Nurma.

Peneliti memulai pendidikan sejak Taman Kanak-kanak (TK) Mekar Sie selama 1 tahun, lanjut sekolah di SDN Sie tahun 2004, lanjut Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 MONTA tahun 2010, Kemudian tahun 2013 masuk sekolah menengah atas di MAN 1 Kota Bima. Tahun 2016 lulus test masuk perguruan tinggi jalur SPAN PTKIN di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil jurusan Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Itu merupakan suatu kesyukuran yang diberikan Allah swt. kepada peneliti, motto hidup peneliti, dalam hidup ini hilangkanlah kata putus asa dan tetap lakukan yang terbaik. Semoga kesuksesan akan diraihny kelak. Aamiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR