

**SINTESIS DAN KARAKTERISASI**  
**NATRIUM KARBOKSIMETIL SELULOSA (Na-CMC) DARI SELULOSA**  
**BATANG KELAPA (*Cocos nucifera* L.)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**TASYA NURQOLBY FIRDAUS**

**NIM : 70100118031**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tasya Nurqolby Firdaus  
Nim : 70100118031  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 07 Maret 2000  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Kompleks Karunrung Asri Blok E 11  
Judul : Sintesis dan Karakterisasi Natrium Karboksimetil  
Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Batang Kelapa (*Cocos  
nucifera* L.)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2023

Penulis,

**Tasya Nurqolby Firdaus**  
**NIM. 70100118031**


## PENGESEHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Sintesis dan Karakterisasi Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Batang Kelapa (*Cocos nucifera* L.)" yang disusun oleh Tasya Nurqolby Firdaus, NIM:70100118031, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin yang bertepatan tanggal **16 Januari 2023 M** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 16 Januari 2023 M  
23 Jumadil Akhir 1444 H


### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes  
Sekretaris : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si  
Pembimbing 1: apt. Surya Ningsi, S.Si, M.Si  
Pembimbing 2: apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Si, M.Si  
Penguji 1 : Dwi Wahyuni Leboe, S.Si, M.Si  
Penguji 2 : Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.Ag

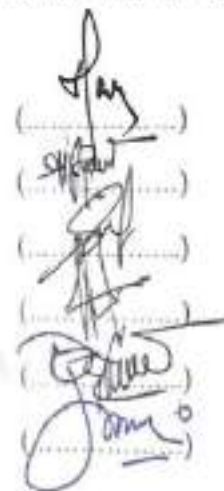

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



  
Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes  
NIP : 19800701 200604 2002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan peradaban islam yang luar biasa hingga saat ini.

Skripsi yang berjudul “Sintesis dan Karakterisasi Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Batang Kelapa (*Cocos nucifera* L.)” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua, Bapak H.Firdaus, SE dan Ibu Hj. Dra.Yuliana, kakak saya Alief dan adik saya bernama Galih beserta keluarga besar memberikan motivasi dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuh.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I (bidang akademik) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. Fais Satrinegara, SKM., MARS selaku Wakil Dekan II (bidang administrasi dan keuangan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Ibu apt. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Farmasi selaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Ibu apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Si. M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si., selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
14. Ibu Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.Ag., selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Seluruh Dosen, Staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atas segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Gowa, 2023

Penulis

Tasya Nurqolby Firdaus  
NIM : 70100118031

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1. Definisi Operasional.....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tanaman Kelapa .....	9
1. Klasifikasi Tanaman Kelapa .....	9
2. Morfologi Tanaman Kelapa .....	10
3. Varietas Tanaman Kelapa .....	12
B. Selulosa .....	15
1. Isolasi Selulosa.....	18
2. Karakterisasi Selulosa menggunakan FTIR .....	19
C. Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) .....	19
1. Definisi Na-CMC.....	19
2. Fungsi Na-CMC.....	20
3. Pembuatan Na-CMC .....	21

4. Karakteristik Na-CMC .....	23
D. Karakteristik Na-CMC dengan FTIR .....	26
E. Tinjauan dalam Islam tentang Tanaman .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
1. Lokasi Penelitian .....	34
2. Waktu Penelitian .....	34
C. Pendekatan Penelitian .....	34
D. Sampel Penelitian .....	34
E. Alat dan Bahan Penelitian .....	34
1. Alat Penelitian .....	34
2. Bahan Penelitian.....	35
F. Prosedur Kerja Penelitian.....	35
1. Sampel.....	35
2. Sintesis Na-CMC.....	36
3. Karakteristik Na-CMC .....	37
4. Karakteristik Na-CMC dengan FTIR.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Rendemen Selulosa .....	40
2. Karakteristik Selulosa .....	40
3. Karakteristik Selulosa menggunakan FTIR .....	41
4. Karakteristik Na-CMC .....	42
5. Karakteristik Na-CMC menggunakan FTIR.....	46
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN .....	67
RIWAYAT HIDUP.....	97



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Hasil Rendemen Selulosa.....	39
<b>Tabel 2.</b>	Hasil Karakteristik Selulosa.....	39
<b>Tabel 3.</b>	Hasil Karakteristik Na-CMC .....	41
<b>Tabel 4.</b>	Hasil Bilangan Gelombang FTIR Selulosa Batang Kelapa dan Selulosa Standar.....	85
<b>Tabel 5.</b>	Hasil Karakteristik Organoleptik Na-CMC .....	86
<b>Tabel 6.</b>	Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Aquadest	89
<b>Tabel 7.</b>	Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Etanol 96% .....	90
<b>Tabel 8.</b>	Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Dietil Eter.....	901
<b>Tabel 9.</b>	Hasil Bilangan Gelombang FTIR Variasi Na-CMC dan Na-CMC Merck® .....	93



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b>	Varietas Kelapa .....	15
<b>Gambar 2.</b>	Lignoselulosa.....	16
<b>Gambar 3.</b>	Struktur Selulosa .....	17
<b>Gambar 4.</b>	Struktur Na-CMC .....	20
<b>Gambar 5.</b>	Hasil analisis gugus fungsi selulosa menggunakan FTIR A) Selulosa Batang Kelapa, B) Selulosa Standart.....	39
<b>Gambar 6.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 1 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR.....	44
<b>Gambar 7.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 2 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR.....	44
<b>Gambar 8.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 3 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR.....	45
<b>Gambar 9.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 4 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR.....	45
<b>Gambar 10.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 5 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR.....	46
<b>Gambar 11.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 10% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR .....	46
<b>Gambar 12.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 15% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR .....	47
<b>Gambar 13.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 20% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR .....	47
<b>Gambar 14.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 25% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR .....	48
<b>Gambar 15.</b>	Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 30% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR .....	48
<b>Gambar 16.</b>	Grafik Perbandingan Konsentrasi Variasi terbaik NaOH dan Na MCA menggunakan FTIR .....	49
<b>Gambar 17.</b>	Hasil Preparasi Sampel A) Tanaman Kelapa, B) Batang Kelapa dipotong, C) Batang Kelapa diperkecil, D) Batang Kelapa dicuci, E) Batang Kelapa dikeringkan dan F) Batang Kelapa setelah dihaluskan .....	87
<b>Gambar 18.</b>	Hasil Selulosa dari Isolasi Batang Kelapa.....	84
<b>Gambar 19.</b>	Hasil Na-CMC dari Sintesis Na-CMC Batang Kelapa ....	85

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b>	Kode Etik Penelitian .....	68
<b>Lampiran 2.</b>	Hasil Determinasi Tanaman.....	69
<b>Lampiran 3.</b>	Kerangka Konsep.....	71
<b>Lampiran 4.</b>	Perhitungan dan Pembuatan Larutan Isolasi Selulosa .....	72
<b>Lampiran 5.</b>	Perhitungan dan Pembuatan Reagen Na-CMC.....	75
<b>Lampiran 6.</b>	Perhitungan dan Pembuatan Larutan Derajat Substitusi..	79
<b>Lampiran 7.</b>	Skema Kerja.....	81
<b>Lampiran 8.</b>	Peta Lokasi Pengambilan Sampel	86
<b>Lampiran 9.</b>	Preparasi Sampel.....	87
<b>Lampiran 10.</b>	Isolasi Selulosa.....	88
<b>Lampiran 11.</b>	Pembuatan Na-CMC.....	89
<b>Lampiran 12.</b>	Karakteristik Na-CMC.....	90



## ABSTRAK

**Nama : Tasya Nurqolby Firdaus**  
**Nim : 70100118031**  
**Judul : Sintesis dan Karakterisasi Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Batang Kelapa (*Cocos nucifera L.*)**

---

Na-CMC memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aplikasi farmasi seperti pengental, penstabil emulsi atau suspensi dan bahan pengikat. Kelapa (*Cocos nucifera L.*) merupakan jenis tanaman bermanfaat karena pada batangnya mempunyai kandungan selulosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar selulosa dari batang kelapa, pengaruh variasi konsentrasi NaOH dan Na MCA dalam pembuatan Na-CMC membandingkan dengan Na-CMC Merck® dan memenuhi standar SNI. Sintesis Na-CMC melalui dua proses utama yaitu alkalisasi dan karboksimetilasi. Alkalisasi dilakukan menggunakan NaOH berbagai variasi (10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%), sedangkan karboksimetilasi dilakukan dengan menambahkan natrium monokloroasetat (Na MCA) berbagai variasi (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) guna memperoleh Na-CMC terbaik. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar selulosa sebesar 42,5%. Konsentrasi Na-CMC terbaik dari variasi NaOH dan Na MCA yang dihasilkan dari batang kelapa dengan perbandingan NaOH 20% dan Na MCA 1 g sesuai standar nasional Indonesia (SNI) mutu 1. Adapun karakteristik sebagai berikut. pH: 7 ;kadar air: 0,18 ;viskositas: 116 Cp ;DS: 0,9 ;FTIR: OH 3449,17  $\text{cm}^{-1}$ ; -CH 2925,23  $\text{cm}^{-1}$ ; C=O 1605,35  $\text{cm}^{-1}$ ; C-O 1060,15  $\text{cm}^{-1}$ ; dan C-O-C 913,25  $\text{cm}^{-1}$ .

**Kata kunci :** Na-CMC, Selulosa, Batang Kelapa



## ABSTRACT

*Name : Tasya Nurqolby Firdaus*  
*Nim : 70100118031*  
*Topic : Synthesis and Characterization of Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na-CMC) from Coconut Stem Cellulose (Cocos nucifera L.)*

---

Na-CMC has a very important role in various pharmaceutical applications such as thickeners, stabilizers of emulsions or suspensions and binders. Coconut (*Cocos nucifera L.*) is a useful plant because the stem contains cellulose. This study aims to determine the cellulose content of coconut trunks, the effect of variations in the concentration of NaOH and Na MCA in the manufacture of Na-CMC in comparison with Merck® Na-CMC and comply with SNI standards. Synthesis of Na-CMC through two main processes namely alkalization and carboxymethylation. Alkalization was carried out using various variations of NaOH (10%, 15%, 20%, 25%, and 30%), while carboxymethylation was carried out by adding various variations of sodium monochloroacetate (Na MCA) (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, and 5 g) to obtain the best Na-CMC. The results of the study showed that the cellulose content was 42.5%. The best concentration of Na-CMC from variations of NaOH and Na MCA produced from coconut stems with a ratio of 20% NaOH and 1 g Na MCA according to the Indonesian national standard (SNI) quality 1. The characteristics are as follows. pH: 7 ; moisture content: 0.18 ; viscosity: 116 Cp ;DS: 0.9 ;FTIR: OH 3449.17  $\text{cm}^{-1}$ ; -CH 2925.23  $\text{cm}^{-1}$ ; C=O 1605.35  $\text{cm}^{-1}$ ; C-O 1060.15  $\text{cm}^{-1}$ ; and C-O-C 913.25  $\text{cm}^{-1}$ .

*Keywords: Na-CMC, Cellulose, Coconut Stem*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Indonesia merupakan negara kepulauan di daerah tropis dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Dengan 20.000 jenis tumbuhan, Indonesia merupakan negara terbesar ketujuh di dunia dan diperkirakan memiliki 25% dari seluruh jenis tumbuhan (Kusmana, 2015).

Selulosa bersama dengan hemiselulosa dan lignin merupakan penyusun utama lignoselulosa yang berasal dari dinding sel tumbuhan dan merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia (Mulyadi, 2019). Selulosa adalah komponen paling signifikan dari dinding sel tanaman dan sebagian besar terdapat di bagian kayu tanaman, selulosa mendominasi di antara karbohidrat yang diperoleh dari tanaman hampir 50%. Selulosa ini berwarna putih dan tampak seperti serat, namun tidak larut dalam air. Namun, selulosa diakui bersifat biokompatibel, ramah lingkungan, dan sangat baik untuk derivatisasi kimia (Wiratmaja et al., 2011).

Turunan selulosa paling populer, natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC), bahkan digunakan dalam sejumlah aplikasi farmasi sebagai pengental, penstabil emulsi atau suspensi, dan pengikat (Rambe, 2018). Alkalisasi dan eterifikasi/karboksimetilasi adalah dua reaksi yang mengarah pada pembuatan Na-CMC. Basa kuat, seperti NaOH, digunakan dalam alkalisasi untuk mengaktifkan gugus OH pada molekul selulosa. Sementara itu, pereaksi natrium monokloroasetat

digunakan untuk mengikat gugus karboksilat pada struktur selulosa selama tahap karboksimetilasi (Indriyani et al., 2021).

Saat ini Na-CMC juga merupakan salah satu eksipien yang masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi di Indonesia. Namun, tingginya kebutuhan Na-CMC belum dapat tercukupi oleh produksi Na-CMC dalam negeri. Hal ini ditunjukkan oleh data impor Na-CMC pada tahun 2020 yang masih relatif besar dengan total impor mencapai 5.664.695 kg dengan anggaran sebesar 36.418.782 US\$ (BPS-RI, 2020). Untuk memenuhi kebutuhan Na-CMC dalam negeri, maka perlu dilakukan inovasi pembuatan Na-CMC dengan menggunakan selulosa dari tanaman.

Kelapa (*Cocos nucifera* L.) merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki aset strategis dan sumber pendapatan penting bagi masyarakat Indonesia. Secara umum, tanaman kelapa dianggap sebagai salah satu jenis tanaman tahunan yang paling bermanfaat karena masyarakat dapat memanfaatkan apa saja mulai dari batang, daun, daging buah hingga akarnya. Manfaatnya yang beraneka ragam Benzoon dan Valesco menamakan kelapa sebagai pohon kehidupan (*the tree of life*) (Winarno, 2014).

Dengan 3,7 juta hektar perkebunan kelapa di Indonesia, lebih dari 25% lahannya terdiri dari tanaman kelapa yang berumur lebih dari 50 tahun dan perlu peremajaan (Ningrum, 2019). Kabupaten Kepulauan Selayar menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan menduduki peringkat pertama produksi kelapa tahun 2015 sebesar 24.930 ton. Temuan ini didukung oleh statistik terbaru tahun 2016 yang menunjukkan 24.937 ton produksi kelapa di Sulawesi Selatan. Temuan

ini memicu minat para peneliti untuk menggunakan tanaman kelapa lokal sebagai subjek penelitian.

Kandungan selulosa batang tanaman kelapa berkisar antara 28,10-36,55%, dengan nilai rata-rata 31,95%. Kandungan selulosa batang tanaman kelapa lebih tinggi pada ketinggian 7 sampai 15 m daripada di pangkal dan ujungnya, dan juga lebih tinggi 2/3 bagian dalam daripada di bagian tepi. Hal ini disebabkan oleh proses lignifikasi yang dialami pangkal dan tepi kayu kelapa, yang mencegah semua selulosa terisolasi (Wardhani et al., 2004).

Na-CMC diproduksi dari batang rumput gajah sebanyak 20,87% dari penelitian sebelumnya menggunakan batang dari tanaman yang berbeda. Hasil uji karakteristik Na-CMC hampir identik dalam hal sifat fisik dan kimianya dengan Merck® Na-CMC (Zulharmitta et al., 2012). Lalu penelitian lain juga melakukan kemurnian Na-CMC dari batang alang-alang adalah 95,8%. Karakteristik Na-CMC dari selulosa batang alang-alang (*Imperata cylindrica*) berwarna putih, pH 5 dengan viskositas 8 Cp (Megawati et al., 2017).

Menurut (Nur'ain et al., 2017) yang melakukan penelitian tentang sintesis Na-CMC dari batang jagung dengan kandungan selulosa 30-50% menghasilkan Na-CMC optimal. Adapun pada penelitian lain yaitu pembuatan Na-CMC dari batang eceng gondok dengan hasil uji karakteristik diperoleh derajat substitusi 0,76, NaCl 20,45%, pH 8,37, dan viskositas 13 Cp sehingga Na-CMC sebagian besar sudah memenuhi standar SNI (Prayitno et al., 2020).

Dari beberapa penelitian sebelumnya penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul pembuatan dan karakterisasi Na-CMC dari selulosa batang kelapa



(*Cocos nucifera* L.). Alasan penulis melakukan penelitian ini agar memberikan informasi terkait dengan kadar selulosa dari selulosa batang kelapa dan karakteristik Na-CMC yang didapatkan dari selulosa batang kelapa dengan hasil yang optimal.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Berapa kadar selulosa yang didapatkan dari batang kelapa?
2. Apa konsentrasi Na-CMC terbaik dari variasi NaOH dan Na MCA yang dihasilkan selulosa batang kelapa berdasarkan Standar Nasional Indonesia?
3. Bagaimana karakteristik Na-CMC terbaik dari selulosa batang kelapa?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

##### **a. Sintesis**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sintesis sebagai proses kimia antara dua atau lebih bahan untuk menghasilkan zat baru (Ningsih, 2016). Pemanfaatan dan pengelolaan reaksi kimia diuji selama sintesis. Menemukan molekul atau zat yang sebelumnya tidak diketahui yang diprediksi memiliki kualitas yang bermanfaat untuk menguji hipotesis atau mengembangkan produk kimia baru adalah tujuan dari sintesis (Nofriyanti, 2020).

##### **b. Karakterisasi**

Sebuah proses pengamatan yang disebut "karakterisasi" berusaha untuk memastikan karakter dari tumbuhan. Karakterisasi diperlukan untuk menentukan deskripsi tumbuhan karena pengumpulan data ini sangat penting untuk memperoleh berbagai informasi (Ezward et al., 2020). Sifat-sifat Na-CMC dari selulosa batang

kelapa dikarakterisasi dalam karya ini dengan mengevaluasi organoleptik, kelarutan, pH, kadar air, viskositas, dan derajat substitusi (Depkes, 2014).

c. Na-CMC

Dengan alkalinisasi selulosa dan natrium hidroksida dalam alkohol isopropil, diikuti dengan eterifikasi dengan pereaksi natrium monokloroasetat, Na-CMC diproduksi. Na-CMC adalah bahan kimia tidak berbau dan tidak berasa yang berbentuk butiran kecil atau bubuk higroskopis. Warnanya putih atau agak kekuningan (Megawati et al., 2017).

d. Selulosa

Memiliki rumus kimia  $(C_6H_{10}O_5)_n$ , selulosa merupakan zat organik yang merupakan komponen utama serat nabati dan berfungsi sebagai unsur struktural tanaman. Ini adalah senyawa organik yang tidak dapat dibuang dengan air (Sarumaha, 2022). Selulosa penelitian ini yaitu selulosa dari batang kelapa.

e. Kelapa

Tanaman kelapa dikenal sebagai “Pohon Kehidupan” karena merupakan tanaman serba guna yang seluruh bagiannya bermanfaat bagi manusia. Karena tanaman kelapa berfungsi sebagai sumber makanan, minuman, bahan bangunan, perumahan, obat-obatan, kerajinan tangan, dan lainnya di banyak negara, kelapa juga digunakan sebagai bahan baku di berbagai bisnis penting, termasuk sabun dan kosmetik (Kriswiyanti, 2014).

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, yaitu mengetahui sintesis dan karakteristik Na-CMC dari selulosa batang kelapa.

#### D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka berdasarkan beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya. Yang dilihat manfaat, kejelasan arah, dan posisi penelitian sebelumnya.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Megawati et al., 2017) dalam jurnal “Sintesis Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Hasil Isolasi dari Batang Alang-Alang (*Imperata cylindrica L.*)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mensintesis natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) dari hasil isolasi selulosa batang Alang- alang dengan membandingkan Na-CMC sintesis. Na-CMC dari batang Alang-alang di peroleh dengan alkalisasi antara selulosa dengan natrium hidroksida dengan pelarut isopropil alkohol yang di lanjutkan dengan eterifikasi menggunakan natrium kloroasetat. Hasil pengujian kualitatif identifikasi warna uji molisch menunjukkan hasil positif, analisis swelling membentuk muchilago berwarna putih, viskositas 8 Cp, pH 6 dengan kemurnian 95,8%, uji nyala  $\text{Na}^+$  yang ditandai dengan nyala api kuning dan hasil FTIR menunjukkan pada bilangan gelombang  $3442\text{ cm}^{-1}$ , gugus -OH,  $2918\text{ cm}^{-1}$ , gugus C-H,  $1647\text{ cm}^{-1}$  gugus C=O,  $1265\text{ cm}^{-1}$  gugus C-O dan  $894\text{ cm}^{-1}$  adalah gugus C-H yang menunjukkan gugus Na-CMC sintesis.
2. Berdasarkan penelitian (Prayitno et al., 2020) dengan judul “Pembuatan Na-CMC dari Batang Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi operasi optimum pembuatan Na-CMC dengan metode alkalisasi. Percobaan dilakukan pada konsentrasi NaOH 10% dan 30%, waktu 60 menit dan 120 menit, suhu operasi  $25^{\circ}\text{C}$  dan  $60^{\circ}\text{C}$ .

Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh adalah konsentrasi NaOH, kemudian dilakukan optimasi proses dan diperoleh kondisi optimum konsentrasi NaOH 25%, waktu 60 menit, dan suhu operasi 60°C dengan nilai yield sebesar 42,65. Hasil analisa Na-CMC pada kondisi optimum diperoleh derajat substitusi 0,76, kadar NaCl 20,45 %, pH 8,37, viskositas 13 cp. Dari uji karakteristik dapat disimpulkan bahwa Na-CMC yang dihasilkan sebagian besar memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI).

3. Berdasarkan penelitian (Coniwanti, Dani, et al., 2015) dengan judul “Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Limbah Kulit Kacang Tanah (*Arachis hypogea* L.). Tujuan penelitian ini untuk memanfaatkan kulit kacang tanah sebagai bahan baku pembuatan Na-CMC, mempelajari pengaruh konsentrasi natrium hidroksida dan jumlah natrium kloroasetat terhadap derajat substitusi, viskositas dan pH pada Na-CMC. Keberadaan gugus karboksil ( $-COOH$ ) pada Na-CMC diidentifikasi menggunakan *Fourier Transform Infra Red Spectra*. Variasi konsentrasi NaOH pada alkalisasi adalah 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% dengan pelarut isopropil alkohol. Kondisi operasi pada reaksi alkalisasi yaitu pada suhu 30°C dengan kecepatan pengadukan 500 rpm selama 90 menit. Variasi jumlah natrium kloroasetat pada karboksimetilasi adalah 4, 6, 8 dan 10 gram pada suhu 70°C dengan kecepatan pengadukan 500 rpm selama 4 jam. Na-CMC terbaik yang didapat yaitu pada konsentrasi 20% NaOH dan 6 gram


natrium kloroasetat dengan perolehan derajat substitusi 0,73, viskositas 12,40 cP dan pH 6,5.

**E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kadar selulosa yang didapatkan dari selulosa batang kelapa
2. Untuk mengetahui konsentrasi Na-CMC terbaik dari variasi NaOH dan Na MCA yang dihasilkan selulosa batang kelapa berdasarkan Standar Nasional Indonesia
3. Untuk mengetahui karakteristik Na-CMC dari selulosa batang kelapa

**F. Manfaat Penelitian**

1. Menambah data penelitian kadar selulosa yang didapatkan dari selulosa batang kelapa
2. Memberikan informasi mengenai karakteristik Na-CMC terbaik variasi NaOH dan Na MCA yang dihasilkan selulosa batang kelapa berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

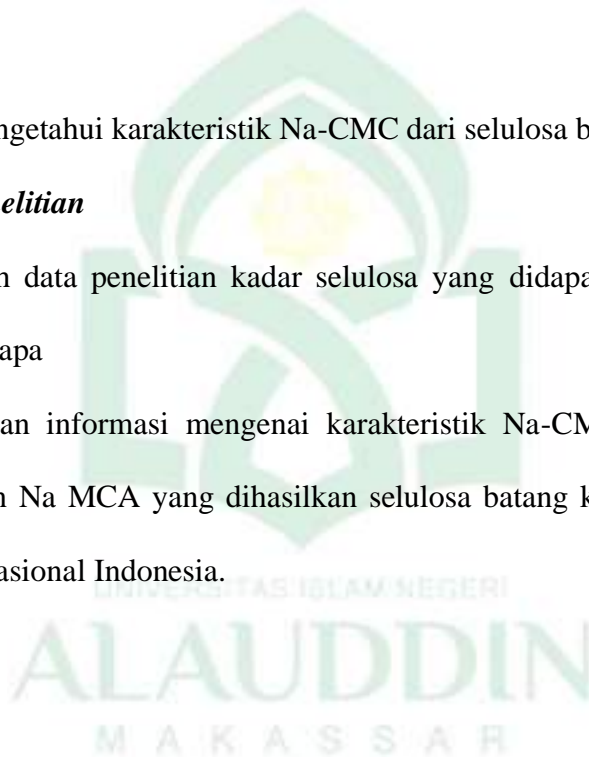

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Tanaman Kelapa**

Kelapa (*Cocos nucifera* L.) merupakan salah satu anggota tanaman palma yang paling dikenal dan banyak tersebar di daerah tropis. Pohon kelapa merupakan jenis tanaman berumah satu dengan batang tanaman tumbuh lurus ke atas. Tinggi pohon kelapa dapat mencapai 10-14 meter lebih, daunnya berpelelah dengan panjang dapat 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian (Rambe, 2018).

Umumnya tanaman kelapa tidak bercabang (monopodial) dan berakar serabut. Pertumbuhan kelapa biasanya tegak namun pada daerah tepian pantai, sempadan sungai batangnya tumbuh melengkung ke arah matahari. Dalam Bahasa Inggris, kelapa dikenal dengan sebutan *coconut palm*, *coco palm* atau *coconut tree* (Mardiatmoko, 2018). Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, kelapa digolongkan sebagai:

#### **1. Klasifikasi Tanaman Kelapa**

Dalam sistematis (taksonomi) tumbuhan, *Integrated Taxonomic Information System* (2022) tanaman kelapa (*Cocos nucifera* L.) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

*Kingdom* : *Plantae*  
*Divisi* : *Magnoliophyta*  
*Kelas* : *Liliopsida*  
*Ordo* : *Arecales*

*Family* : *Areceaceae*  
*Genus* : *Cocos L.*  
*Spesies* : *Cocos nucifera L.*

## 2. Morfologi Tanaman Kelapa (Mardiatmoko & Mira, 2018)

### a. Akar

Akar kelapa merupakan akar serabut yang berjumlah sekitar 2000–4000 helai tergantung pada kesuburan tanah, iklim dan kesehatan tanaman. Bagian dasar dari batang kelapa bentuknya membesar, kemudian dibagian dalam tanah menciut lagi sehingga merupakan kerucut terbalik. Bagian ini disebut “*bole*” atau “*root bulb*”. Dari *bulb* ini keluar akar primer yang berbentuk bulat dan memanjang. Dari akar primer keluar akar sekunder dan selanjutnya muncul lagi akar tersier yang fungsinya benar-benar untuk menghisap unsur hara dan air.

### b. Batang

Kelapa termasuk tanaman monokotil sehingga tidak terjadi pertumbuhan (pertumbuhan sekunder) pada bagian batangnya. Umumnya batang pohon kelapa tumbuh lurus ke atas, kecuali pada pohon kelapa yang tumbuh di tempat-tempat tertentu seperti di pinggir sungai, tebing dan lain-lainnya batang akan tumbuh melengkung kearah matahari. Batang berangsur-angsur memanjang. Di sebelah ujung berturut-turut tumbuh daun-daun yang berukuran besar dan lebar. Pada tingkat pertumbuhan tertentu, dari ketiak-ketiak daun secara berangsur-angsur keluar karangan bunga. Batang kelapa berwarna kelabu, licin dan tinggi batang dapat mencapai 20 meter hingga dengan garis tengah 20 cm hingga 30 cm, tergantung varietas, iklim, tanah, dan jarak tanam. Bagian batang yang sebenarnya

dari pohon yang masih muda baru kelihatan jelas kalau pohon telah berumur 3-4 tahun, bilamana daun-daun terbawah telah gugur. Pada umur itu, bagian pangkal batang telah mencapai ukuran besar dan tebal yang tetap.

c. Daun

Daun kelapa terdiri atas tangkai (*petiole*) dan pelepah daun (*rachis*). Pada pelepah terdapat helai daun atau *leaflets* yang di tengahnya berlidi (*midrib*). Panjang helai daun berbeda-beda, tergantung pada posisinya. Helai daun yang terdapat di tengah sumbu daun berukuran lebih panjang dibanding yang tumbuh di pangkal atau ujung sumbu daun. Daun kelapa tersusun melingkar membentuk spiral. Arah spiral dapat kekiri atau kekanan tergantung posisi dari tandan buah terhadap pelepah daun.

d. Bunga

Tanaman kelapa mulai berbunga berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada kelapa Genjah kira-kira setelah 3-4 tahun. Kelapa Dalam 4-8 tahun dan kelapa Hibrida berkisar 4 tahun. Dari ketiak daun tumbuh manggar (*mayang*) yang masih tertutup seludang (*spadix*). Mayang adalah tangkai bunga yang bercabang-cabang, dimana tumbuh banyak bunga yang berwarna putih kekuningan. Kelapa adalah tanaman berumah satu. Pada pangkal cabang tumbuh bunga betina, kemudian menyusul bunga jantan pada bagian atasnya. Bunga betina maupun bunga jantan melekat pada cabang. Bunga-bunga tersebut tidak bertangkai (*duduk*). Tiap satu cabang tumbuh satu sampai dua buah bunga betina sedang bunga jantan berjumlah cukup banyak, yaitu sekitar 150 sampai 200 buah.



e. Buah

Tiga sampai empat minggu setelah seludang membuka, bunga betina yang sudah dibuahi tumbuh menjadi bakal buah. Tetapi tidak semua bakal buah tersebut dapat tumbuh membesar, karena setengah hingga tiga per empat dari jumlah buah akan gugur yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit, kekurangan unsur hara, kekeringan atau karena tidak sempurnanya proses penyerbukan. Sesudah dua bulan, buah yang rontok mulai berkurang dan buah selanjutnya mengalami perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- Tahap I : Pertumbuhan lebih mengarah kepada pemanjangan buah, penambahan luas sabut dan tempurung. Tahap ini berlangsung empat sampai lima bulan.
- Tahap II : Pertumbuhan lebih mengarah kepada pelebaran buah, sabut dan tempurung. Enam sampai delapan bulan buah mulai terbentuk.
- Tahap III : Pertumbuhan memanjang sampai buah menjadi masak, penebalan daging buah dan sabut berubah warna menjadi kecoklatan.

### 3. Varietas Tanaman Kelapa

Dalam jenis (*species*) kelapa (*Cocos nucifera* L.) dikenal dua varietas utama yaitu varietas dalam (*tall coconut*) dan varietas genjah (*dwarf coconut*). Varietas-varietas baru muncul karena adanya penyerbukan silang yang terus menerus. Meskipun demikian pada garis besarnya kelapa dapat dibedakan atas tiga golongan, yaitu: Golongan Kelapa Genjah (*Dwarf coconut*), Kelapa Dalam (*Tall coconut*) dan Kelapa Hibrida.

a. Kelapa Genjah (*Dwarf Coconut*)

Kelapa Genjah merupakan tipe kelapa yang memiliki keunggulan cepat berbuah (3-4 tahun) dan produksi buahnya banyak ( $\geq 100$  butir/pohon). Kelapa Genjah adalah jenis kelapa yang mempunyai ciri-ciri:

- 1) Bentuk batang ramping dari pangkal sampai ke ujung
- 2) Tinggi batang mencapai 5 meter atau lebih
- 3) Mulai berbuah cepat (3-4 tahun setelah tanam) dan dapat mencapai umur lebih dari 50 tahun
- 4) Melakukan penyerbukan sendiri (*self-pollination*)

Kelapa Genjah yang banyak dikenal di Indonesia adalah:

- 1) Kelapa Genjah (*C. nucifera var. eburnea*), bentuk buah bulat dan berwarna kuning gading. Kelapa Raja (*C. nucifera var. regia*), bentuk buah bulat sampai lonjong dan berwarna kuning emas.
- 2) Kelapa Puyuh (*C. nucifera var. pumila*),
- 3) Bentuk buah agak lonjong dan berwarna hijau
- 4) Kelapa Raja Malabar (*C. nucifera var. pretiosa*), bentuk buah lonjong dan berwarna oranye.

b. Kelapa Dalam (*Tall Coconut*)

Kelapa Dalam ditanam secara luas di berbagai negara produsen kelapa. Ciri-ciri yang dapat diamati pada jenis Kelapa Dalam adalah:

- 1) Batangnya tinggi dan besar, dapat tumbuh mencapai 30 meter atau lebih. Pangkal batang biasanya membesar.

- 2) Mulai berbuah lambat (6-8 tahun setelah tanam), tetapi dapat mencapai umur 100 tahun atau lebih.
- 3) Melakukan penyerbukan silang (*cross-pollination*)


Berdasarkan warna buahnya, Kelapa Dalam dibedakan menjadi :

- 1) Kelapa Hijau (varietas *viridis*)
- 2) Kelapa Merah Coklat (varietas *rubescens*)
- 3) Kelapa Kelabu Coklat (varietas *macrocarpa*)

Tipe-tipe Kelapa Dalam yang berproduksi tinggi di antaranya adalah tipe Mapanget (Minahasa), tipe Mentok (Banyumas), tipe Bali (Beji), tipe Tulungagung (Beji), tipe Banyuwangi (Beji) dan lain-lain.

#### c. Kelapa Hibrida


Kelapa Hibrida merupakan suatu keturunan (*progeny*) yang dihasilkan dari penyerbukan silang antara dua induk (*parents*) yang masing-masing pasangan allelanya homozigot dan karakternya berbeda, misalnya antara Kelapa Genjah sebagai pohon ibu dan Kelapa Dalam sebagai pohon ayah. Dengan persilangan ini diharapkan terkumpul sifat-sifat baik dari kedua induknya, dan bahkan terjadi efek heterosis/*hybrid vigor*. Menurut P.K. Thampan, India telah berhasil memunculkan sifat heterosis pada kelapa hibridanya pertama kali tahun 1932. Dewasa ini pemanfaatan terjadinya efek heterosis menjadi tujuan utama dalam program pemuliaan kelapa di berbagai negara penghasil kelapa.

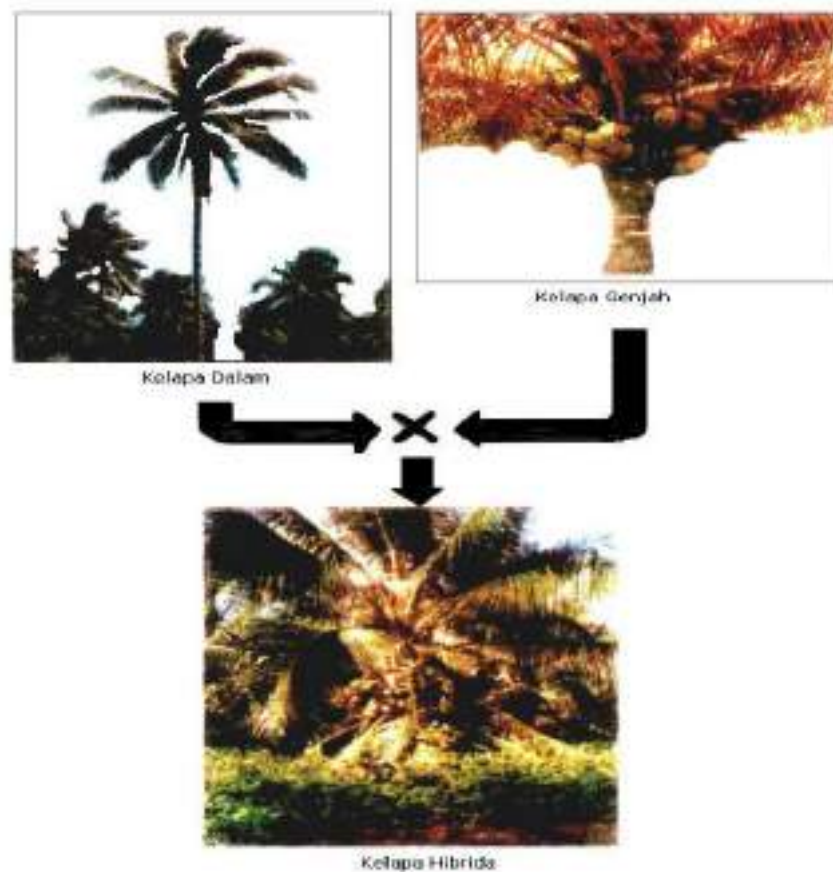

**Gambar 1.** Varietas Kelapa


## **B. Selulosa**

Selulosa di alam ditemukan dalam bentuk lignoselulosa. Lignoselulosa merupakan komponen polisakarida yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin. Lignoselulosa adalah komponen penyusun dinding sel tanaman terutama pada bagian batang. Hemiselulosa dengan rumus molekul  $(C_5H_{10}O_5)_n$  merupakan polisakarida lain yang terdapat dalam tanaman dan tergolong senyawa organik. Hemiselulosa bersifat nonkristalin dan tidak bersifat serat, bisa larut dalam pelarut alkali dan lebih mudah dihidrolisis dengan asam (Daulay, 2009).

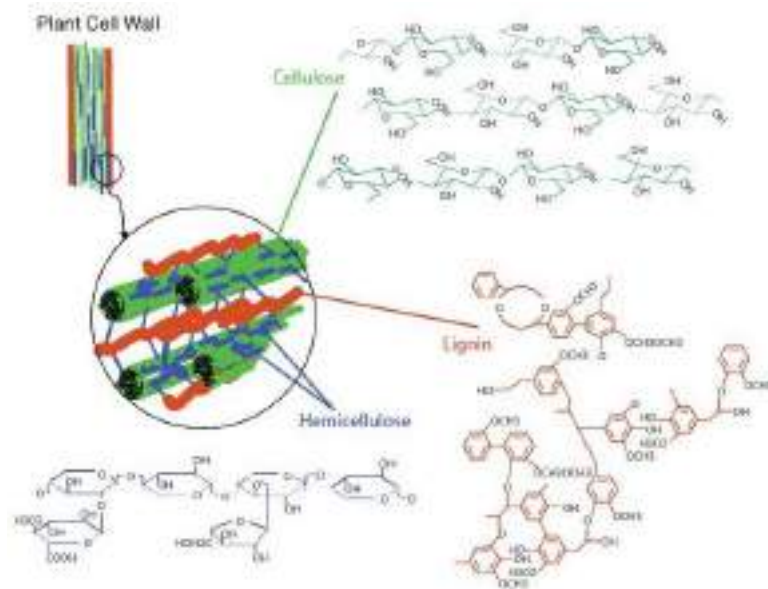

**Gambar 2.** Lignoselulosa

Lignin ( $C_9H_{10}O_2$ )<sub>n</sub> adalah jaringan yang dibentuk dari unit-unit fenilpropana serta mempunyai derajat polimer yang tinggi. Lignin berfungsi sebagai bahan yang memberi dukungan terhadap kekuatan mekanik tumbuhan (Daulay, 2009). Selulosa mempunyai rumus molekul ( $C_6H_{10}O_5$ )<sub>n</sub>, dengan n adalah derajat polimerisasi. Panjang suatu rangkaian selulosa tergantung pada derajat polimerisasinya semakin panjang suatu rangkaian selulosa, maka rangkaian selulosa tersebut mempunyai serat yang lebih kuat. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak melimpah di alam, karena struktur bahan seluruh dunia tumbuhan terdiri atas sebagian besar selulosa. Turunan selulosa biasanya digunakan dalam bidang farmasi seperti etil selulosa, metil selulosa, dan karboksimetil selulosa (Zuraida, 2016).

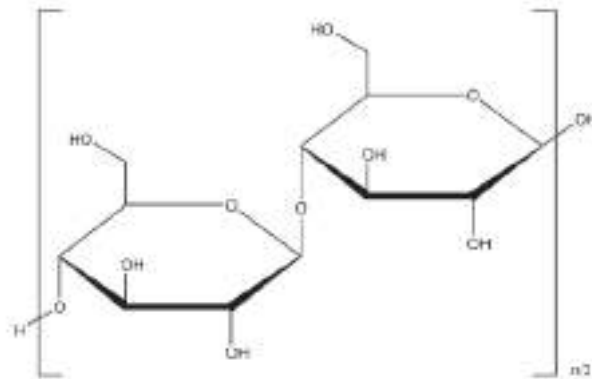

**Gambar 3.** Struktur Selulosa

Hildayani (2018) menemukan bahwa selulosa terdiri dari tiga jenis berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan kelarutan dalam senyawa natrium hidroksida (NaOH) 17,5%, yaitu:

a)  $\alpha$ -selulosa

$\alpha$ -selulosa (*Alpha Cellulose*) merupakan selulosa yang memiliki rantai panjang yang tidak larut dalam NaOH 17,5% dengan derajat polimerisasi (DP) 600-15000. Apabila nilai derajat kemurnian  $\alpha$ -selulosa di atas 92%, maka selulosa tersebut dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak. Selain itu,  $\alpha$ -selulosa juga digunakan dalam pembuatan Na-CMC.  $\alpha$ -selulosa dipakai sebagai penduga dan atau tingkat kemurnian selulosa. Semakin tinggi kadar alfa selulosa, maka semakin baik mutu bahannya (Hildayani, 2018; Mulyadi, 2019).

b)  $\beta$ -selulosa

$\beta$ -selulosa merupakan selulosa yang memiliki rantai pendek yang larut dalam NaOH 17,5% dengan derajat polimerisasi (DP) 15-90. Apabila dinetralkan, maka  $\beta$ -selulosa akan mengendap (Hildayani, 2018).

c)  $\gamma$ -selulosa

$\gamma$ -selulosa merupakan selulosa yang memiliki rantai pendek yang larut dalam NaOH 17,5% dengan derajat polimerisasi (DP) kurang dari 15 (Hildayani, 2018).

Selulosa terhubung dengan hemiselulosa melalui ikatan hidrogen. Selulosa terhubung dengan lignin melalui ikatan ester dan eter. Hemiselulosa dengan lignin terhubung melalui ikatan ester. Maka untuk memperoleh selulosa diperlukan perlakuan melalui pembuangan hemiselulosa dan lignin. Pembuangan ini dilakukan dengan cara isolasi selulosa dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah pembuangan hemiselulosa yang lebih mudah dihidrolisis dengan asam. Proses ini bertujuan untuk mempercepat penghilangan hemiselulosa yang terdapat dalam bahan. Tahap berikutnya adalah delignifikasi. Proses delignifikasi bertujuan untuk melarutkan kandungan lignin dari bahan sehingga mempermudah pemisahan lignin dengan bahan. Selain delignifikasi, penghilangan lignin juga dapat dilakukan dengan menggunakan proses pemutihan (*bleaching*). Peran *bleaching* dalam menghilangkan lignin adalah sebagai proses untuk melarutkan sisa senyawa lignin yang dapat menyebabkan perubahan warna dengan cara mendegradasi rantai lignin yang panjang menjadi rantai lignin pendek, sehingga lignin dapat terlarut pada saat pencucian dalam air atau alkali. Proses *bleaching* dapat dilakukan dengan menggunakan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (Alqani, 2011; Zani'ah, 2020).

### 1. Isolasi Selulosa

Isolasi selulosa dilakukan dengan metode perlakuan hidrolisis asam. Perlakuan hidrolisis asam, proses umum yang paling banyak digunakan karena



membutuhkan waktu reaksi yang lebih pendek daripada proses lainnya. Asam peroksida ( $H_2O_2$ ) merupakan senyawa oksidator kuat sehingga dapat digunakan pada proses pemucatan (*bleaching*) dan memudahkan pada proses delignifikasi (Jufrinaldi, 2018). Dampak terhadap lingkungan dapat diminimalisasi apabila menggunakan asam peroksida (Mulyadi, 2019).

## 2. Karakterisasi Selulosa menggunakan FTIR

Karakteristik selulosa dengan menggunakan analisis FTIR (*Fourier Transform Infrared*) adalah teknik yang sangat efektif dan cepat yang digunakan untuk mempelajari polimer. Pengukuran spektroskopi FTIR didasarkan pada intensitas dan panjang gelombang penyerapan radiasi *Infrared* yang mengakibatkan masing masing gugus fungsi bervibrasi pada bilangan gelombang khasnya. Di dalam spektrumnya, bilangan gelombang  $400-4000\text{ cm}^{-1}$  menjadi acuan untuk melihat vibrasi molekul dari senyawa organik (Jufrinaldi, 2018). Pada isolasi ini Spektroskopi FTIR diperlukan untuk menunjang dalam pengevaluasian keberhasilan selulosa dengan memantau intensitas gugus fungsi molekul lignin ( $C=C$ ) dan milik gugus fungsi  $C=O$  (karbonil) yang menunjukkan bahwa intensitas hemiselulosa pada daerah frekuensi tersebut semakin lemah (Zulfikar et al., 2020).


### C. *Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC)*

#### 1. Definisi Na-CMC

Na-CMC adalah garam natrium dari polikarboksimetil eter selulosa, mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 9,5% natrium (Na) dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan (Depkes, 2014). Na-CMC merupakan eter polimer selulosa linear dan berupa senyawa anion yang bersifat tidak berbau,



tidak berwarna dan tidak beracun. Na-CMC merupakan salah satu turunan selulosa yang diproduksi secara komersial dalam jumlah yang lebih banyak daripada turunan selulosa yang lainnya (Zulharmitta et al., 2012). Na-CMC biasanya berfungsi sebagai emulsifier, zat pengental maupun agen penebalan pada makanan. Na-CMC biasanya dibuat dari selulosa kayu. Hal ini dikarenakan selulosa kayu mengandung selulosa sekitar 42-47% (Hildayani, 2018).

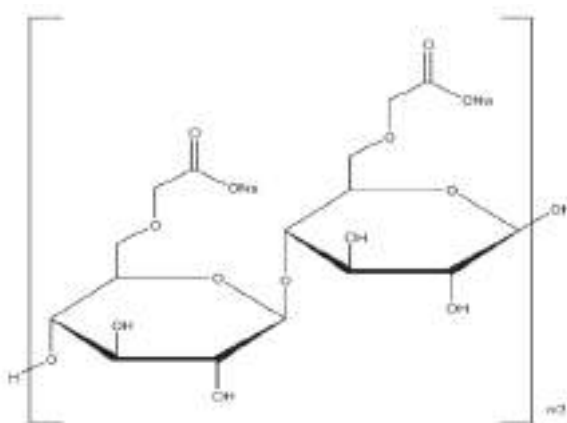

**Gambar 4.** Struktur Na-CMC

Struktur Na-CMC merupakan rantai polimer yang terdiri atas unit molekul selulosa. Setiap unit anhidroglukosa yang memiliki tiga gugus hidroksil dan beberapa atom hidrogen dari gugus hidroksil tersebut yang disubstitusi oleh karboksimetil (Kamal, 2010).

## 2. Fungsi Na-CMC

Na-CMC banyak digunakan di berbagai industri seperti, industri tekstil, kertas, detergen, kosmetik, makanan, dan farmasi (Eriningsih et al., 2011). Na-CMC dalam industri farmasi dimanfaatkan sebagai eksipien. Fungsi dari Na-CMC sebagai eksipien adalah sebagai *coating agent*, *stabilizing agent*, *suspending agent*,


*disintegran* pada kapsul dan tablet, tablet *binder*, *viscosity-increasing agent*, dan *water-absorbing agent* (Rowe et al., 2009). Na-CMC juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat film (Tufan et al., 2016).

Na-CMC juga merupakan salah satu eksipien yang masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi di Indonesia. Tetapi tingginya kebutuhan Na-CMC belum dapat tercukupi oleh produksi Na-CMC dalam negeri. Hal ini ditunjukkan oleh data impor Na-CMC pada tahun 2020 yang masih relatif besar dengan total impor mencapai 532.542 pada desember 2020 dan akumulasi selama tahun 2020 yaitu 5.664.695 kg dengan anggaran sebesar 36.418.782 US\$ (BPS-RI, 2020).


### **3. Pembuatan Na-CMC**

Proses pembuatan Na-CMC meliputi dua tahap yaitu alkalisasi dan karboksimetilasi. Proses alkalisasi berlangsung dengan menambahkan NaOH sedangkan proses karboksimetilasi berlangsung dengan menambahkan Na MCA (Alizadeh Asl et al., 2017). Alkalisasi dilakukan dengan melakukan perendaman selulosa dalam larutan alkali basa yang biasanya berupa NaOH (Pratama et al., 2017). Alkalisasi dilakukan dengan larutan NaOH bertujuan untuk mengaktifkan gugus-gugus  $-OH$  pada selulosa dan mengembangkan selulosa. Pengembangan selulosa dapat memudahkan difusi reagen pada proses selanjutnya (Ferdiansyah et al., 2017). Proses karboksimetilasi merupakan proses substitusi gugus hidroksil dari selulosa oleh gugus karboksimetil dengan mereaksikan selulosa menggunakan Na MCA maupun MCA. Reaksi pembuatan Na-CMC adalah sebagai berikut:


a) Tahap Alkalisasi



b) Tahap Karboksimetilasi



Selain menghasilkan Na-CMC, reaksi di atas juga dapat menghasilkan produk samping karena adanya kelebihan NaOH. Kelebihan NaOH akan menyebabkan NaOH tidak bereaksi dengan selulosa pada tahap alkalisasi dan akan bereaksi dengan Na MCA pada tahap karboksimetilasi menghasilkan natrium glikolat dan NaCl. Semakin banyak NaOH yang ditambahkan, semakin banyak pula produk samping yang dihasilkan, sehingga kemurnian Na-CMC yang dihasilkan semakin berkurang (Wijayani et al., 2010). Reaksi pembentukan produk samping adalah sebagai berikut:



Pada tahap alkalisasi serat selulosa akan mengembang, yang menyebabkan struktur kristalin selulosa akan berubah dan meningkatkan kemampuan kimia masuk ke dalam serat. Selain itu, fase cair (campuran alkohol-air) sebagai agen solvasi, melarutkan NaOH dan mendistribusikannya ke gugus hidroksil selulosa membentuk alkil selulosa. Larutan NaOH akan menembus ke struktur kristal selulosa, kemudian mensolvasi gugus hidroksil yang membuatnya siap untuk reaksi

eterifikasi dengan cara memutus ikatan hidrogen. Alkalisasi dilakukan menggunakan NaOH, yang tujuannya mengaktifkan gugus-gugus OH pada molekul selulosa dan berfungsi untuk memudahkan difusi reagen pada tahap karboksimetilasi. Pada proses karboksimetilasi digunakan reagen natrium monokloroasetat (Ayuningtiyas et al., 2017).

Karboksimetilasi menggunakan senyawa monokloroasetat baik dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya, seperti natrium monokloroasetat. Kadar natrium monokloroasetat akan berpengaruh terhadap substitusi yang terjadi pada struktur selulosa (Indriyati et al., 2016). Reagen monokloroasetat yang digunakan dalam sintesis karboksimetil selulosa sangat mempengaruhi derajat substitusi produk karboksimetil selulosa (Bahri, 2014). Jumlah alkali yang digunakan juga sangat berpengaruh terhadap jumlah garam natrium monokloroasetat untuk bereaksi dengan gugus hidroksil pada selulosa. Komposisi reagen alkalisasi dan karboksimetilasi dalam pembuatan Na-CMC sangat menentukan kualitas atau mutu dari Na-CMC yang dihasilkan (Indriyati et al., 2016).

#### **4. Karakteristik Na-CMC**

##### **a. Pemeriksaan Organoleptik**

Secara organoleptik Na-CMC berbentuk serbuk atau granul berwarna putih hingga krem dan bersifat higroskopik. Na-CMC mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal. Na-CMC tidak larut dalam etanol, eter, dan dalam pelarut organik lainnya (Depkes, 2014).

Pemeriksaan organoleptik yang dilakukan sesuai dengan Farmakope Indonesia Edisi ke-V yang meliputi pemeriksaan bentuk dan warna. Pemeriksaan tersebut, diamati langsung dengan panca indera. Na-CMC berbentuk serbuk atau granul dan berwarna putih sampai krem (Depkes, 2014).

b. Sifat Fisikokimia Na-CMC

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) sifat fisikokimia Na-CMC berdasarkan meliputi penetapan pH, susut pengeringan, viskositas dan derajat substitusi.

1) Penetapan pH

pH merupakan derajat keasaman yang dapat diukur menggunakan pH meter. Nilai pH memiliki peranan penting sehingga perlu dikontrol untuk menjamin kualitas dari kosmetik, makanan, dan produk farmasi yang dihasilkan (Schaude et al., 2017).

Pemeriksaan pH dilakukan dengan melarutkan 1 bagian Na-CMC ke dalam 100 bagian air pada suhu 60°C hingga Na-CMC terdispersi sempurna. Setelah didinginkan pada suhu ruang, kemudian pH diukur menggunakan pH meter. Nilai pH yang disarankan untuk Na-CMC antara 6,0-8,5 menurut SNI 06-3736-1995.

2) Kadar Air

Kadar air atau susut pengeringan dilakukan dengan menimbang Na-CMC dan dikeringkan pada suhu 105°C. Berdasarkan SNI 06-3736-1995, nilai kadar air maksimal 10% dan 12,5%. Berdasarkan farmakope edisi V persyaratan kadar air yaitu <10% (Depkes, 2014).

### 3) Viskositas

Viskositas suatu fluida merupakan daya hambat yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan, yang mampu menahan aliran fluida sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat kekentalannya. Kekentalan adalah sifat suatu zat cair (fluida) disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kohesi pada zat cair tersebut. Gesekan-gesekan inilah yang menghambat aliran zat cair (Soebyakto et al., 2016).

Dapat diperoleh larutan encer 1% b/v dengan viskositas 5-2000 cP (Rowe et al., 2009). Penentuan viskositas sediaan menggunakan *viscometer*. Dengan menimbang berat kering karboksimetil selulosa dilarutkan dalam aquades dan dipanaskan pada suhu 60°C sambil diaduk hingga larut. Kemudian didinginkan pada suhu ruang dan dilakukan pengukuran viskositas (Salimi et al., 2021).

#### c. Derajat Susbtitusi (DS) (SNI 06-3736-1995)

Tujuan dari penentuan derajat substitusi yaitu menunjukkan banyaknya gugus hidroksil (-COOH) yang disubstitusi. Nilai DS berpengaruh terhadap kelarutan Na-CMC dalam air. Na-CMC dengan nilai DS <0,4 bersifat *swellable* tetapi tidak mampu terdispersi dalam air, sedangkan Na-CMC yang memiliki nilai DS diatas nilai tersebut mampu terlarut dengan hidroafinitas yang bertambah seiring dengan peningkatan nilai DS (Ferdiansyah et al., 2017). Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai DS yang disyaratkan untuk Na-CMC adalah sebesar 0,7-1,2 (Fadillah, 2018).

Beberapa faktor yang mempengaruhi DS antara lain adalah *density* (berat jenis), *thixotropy* dan higroskopis. *Thixotropy* adalah sifat dari gel atau cairan yang

berbentuk kental (*viscous*), namun tidak homogen. Hal ini bila dituangkan akan mengalir dengan tidak lancar pada kondisi normal, tetapi berkurang kekentalannya bila dikocok, diaduk atau dimampatkan. Adapun sifat higroskopis adalah kemampuan gel atau cairan untuk menarik molekul dari lingkungannya, yang dicapai melalui absorpsi atau adsorpsi, sehingga sifat fisiknya akan berubah seperti peningkatan volume, sifat kaku, atau karakter fisik lainnya (Eriningsih et al., 2011).

#### **D. Karakteristik Na-CMC dengan FTIR**

Transformasi Fourier inframerah (FTIR) adalah salah satu metode spektroskopi yang sangat populer yang biasa digunakan yang merupakan metode spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk menganalisis hasil spektrum. Metode spektroskopi yang digunakan yaitu metode absorpsi yang merupakan metode yang didasarkan pada perbedaan penyerapan radiasi inframerah. Inti dari spektroskopi FTIR adalah interferometer Michelson yaitu alat untuk menganalisis frekuensi dalam sinyal gabungan (Anam, 2007).

FTIR banyak digunakan karena memiliki kelebihan dapat menganalisis hampir semua bentuk sampel. Sampel yang dapat dianalisis adalah sampel yang berwujud, cairan, larutan, pasta, bubuk, film, serat, gas (Fan et al., 2012). Selain itu, FTIR menawarkan analisis sampel secara keseluruhan dan tidak terkait dengan penggunaan bahan kimia dan reagen (Rohman et al., 2012).

Pada penampakan spektrum inframerah posisi pita dalam analisis inframerah dinyatakan dalam satuan frekuensi. Frekuensi sering dinyatakan sebagai bilangan gelombang yaitu jumlah gelombang atau panjang gelombang persenti meter ( $\text{cm}^{-1}$ ). Daerah yang sering dianalisa dengan spektroskopi inframerah adalah

dalam kisaran panjang gelombang 4000-600  $\text{cm}^{-1}$  atau setara dengan 2,5-5 m atau bisa lebih rendah dari itu. Hasil analisa dicatat dalam modulus pemancar (%T) atau dalam bentuk serapan (Abs) (Zuraida, 2016).

Cara kerja spektroskopi inframerah adalah sinar infra merah akan melalui sampel. Gelombang yang melalui sampel diteruskan oleh detektor dan terhubung ke komputer sehingga memberikan gambaran spektrum sampel yang diuji. Struktur kimia dan bentuk ikatan molekul serta gugus fungsional tertentu sampel yang diuji menjadi dasar bentuk spektrum yang akan diperoleh dari hasil analisis (Sari et al., 2016).

Menurut (Zulharmitta et al., 2012) spektrum inframerah pada Na-CMC yang dibuat dari batang rumput gajah, pada ikatan gugus fungsi C=O (CMC dicirikan dengan adanya gugus karbonil (C=O)) terdapat bilangan gelombang 1677,71  $\text{cm}^{-1}$ , pada ikatan gugus fungsi C-O-C terdapat bilangan gelombang 1285,60  $\text{cm}^{-1}$ . Menurut (Megawati et al., 2017) berdasarkan hasil pengukuran baik sampel maupun Na-CMC murni di peroleh adanya puncak pada gelombang 2918,23  $\text{cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus H-C-H, beberapa gugus -OH yaitu pada puncak 3442,94  $\text{cm}^{-1}$  yang menunjukkan terbentuknya kelompok ikatan hidrogen antara atom hidrogen dalam satu kelompok gugus hidroksil dalam suatu monomer glukosa dan atom oksigen dari gugus hidroksil lain monomer glukosa pada rantai polimer selulosa. Selain itu, terbaca pula pada puncak 1647,21  $\text{cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus karbonil C=O. Puncak 1041,56  $\text{cm}^{-1}$  yang menunjukkan regangan C-O dan struktur dari komponen selulosa.



### ***E. Tinjauan dalam Islam tentang Tanaman***

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang yaitu salah satunya Farmasi. Farmasi diartikan sebagai obat adalah salah satu profesi kesehatan campuran dua ilmu yaitu *health science* dan *chemical science*, dalam hal ini bertanggung jawab dalam pemastian keamanan konsumsi obat dan aktivitas serta efek kerja dari obat. Kemajuan ilmu pengetahuan farmasi sekarang ini, dikarenakan panjangnya proses yang telah dilalui sehingga tumbuh dan terus berkembang, dalam hal ini sejarah mencatat tokoh-tokoh besar Islam yang telah memajukan bidang ilmu farmasi Islam, diantaranya: Muhammad Ibnu Zakariya al-Razi, Abu al-Qosim al-Zahrawi, al-Biruni dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang menekuni dunia farmasi dengan penemuan dan pengembangannya dalam hal obat-obatan, kemudian mengembangkan bagaimana proses penyulingan dan penyubliman, dan menulis buku mengenai farmakologi berjudul *al-Saydalah* (sebuah buku mengenai obat-obatan) dan banyak lainnya (Nasution, 2020).

Tidak hanya itu farmasi juga dalam prakteknya dengan mencari temuan obat baru, meneliti dan mengelolah sumber bahan baku yang berpotensi sebagai pengobatan, semisanya dari tumbuhan (Nasihah, 2022). Tanaman merupakan salah satu bahan tambahan alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat. Dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan manfaat tanaman yang digunakan dalam pengobatan. Salah satunya dari tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu selulosa dari batang kelapa. Sebagaimana dalam Q.S Asysyu'ara/26 :7 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? (“Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya,” 1971).

Makna Alquran yang menyatakan bahwa Allah swt. menginginkan umat manusia untuk selalu mensyukuri segala karunia-Nya dijelaskan dalam tafsir Quraish Shihab atas ayat tersebut. Melalui tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki khasiat yang bermanfaat bagi umat manusia. Tumbuhan yang paling baik adalah tumbuhan yang subur dan bermanfaat. Dan kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sebagian ulama berpendapat menumbuhkembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kualitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga Allah swt. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya (Shihab, 2012:12).

Dalam Al-Qur’an menyebutkan potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam Q.S Taha /20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٧﴾

Terjemahan:

(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan (“Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya,” 1971).

Dalam tafsir Al Azhar hal 4440, dijelaskan bahwa seluruh manusia lahir ke muka bumi ini dan hidup di atas hamparannya mengecap akan nikmat yang ada di dalamnya, mengutip akan kekayaannya, mendirikan bangunan yang indah-indah buat tempat tinggal. Dengan demikian ramailah hubungan antar manusia. Karena manusia itu perlu memerlukan di antara satu negeri dengan negeri yang lain. "Dan Allah swt. yang menurunkan air dari langit." Hujan turun, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah; ada yang mengalir di permukaan bumi menuju tanah yang rendah dan belum berhenti sebelum dia berkumpul kembali di lautan. Yaitu dengan sebab turunnya air hujan itu. "Berbagai ragam tumbuh-tumbuhan, aneka warna." seperti halnya tanaman kelapa yang tumbuh dan berkembang memiliki banyak manfaat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah swt. (Amrullah, 2003).

Dalam pandangan Islam, segala ciptaan Allah swt. Tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan beranekaragam dan manfaatnya yang dapat diketahui melalui penelitian pada selulosa dan karakteristik Na-CMC dari tanaman kelapa (*Cocos nucifera L.*). Pada bagian batang tanaman kelapa mempunyai kisaran

kandungan selulosa yaitu rataannya sebesar 31.95% (Wardhani et al., 2004). Perkebunan kelapa di Indonesia seluas 3.7 juta hektar lebih kurang 25% dari luas area tersebut merupakan tanaman kelapa yang telah berumur diatas 50 tahun dan perlu diremajakan (Ningrum, 2019). Sebagaimana diceritakan dalam hadist dibawah ini:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا  
ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ  
الثَّلَاثَ وَقَالَ إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا  
يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرْنَا أَنْ نَسَلَّتِ الصَّحْفَةَ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ  
طَعَامِكُمُ الْبَرَكَاتُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Affan bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwasanya; Apabila Nabi Muhammad saw. memakan makanan, maka beliau menjilati tiga jari tangannya. Dan beliau bersabda, "Jika seseorang memakan makanan lalu sebagiannya jatuh maka hendaknya dia menghilangkan debu yang mencampurinya kemudian memakannya dan janganlah dia membiarkannya untuk setan." Kemudian beliau juga memerintahkan kami untuk mengusap piring, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak tahu, manakah di antara butiran makanan kalaian yang mengandung barakah." Abu Isa berkata, Ini adalah hadits Hasan Gharib Shahih. (Tirmidzi No.1725)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2014) yang melarang membuang benda-benda yang masih bisa digunakan didasarkan pada hadits ini. Ternyata selulosa

masih bisa dikonsumsi, seperti halnya batang kelapa. Setelah itu, selulosa ini akan digunakan untuk membuat Na-CMC.

Pemanfaatan selulosa batang kelapa menjadi Na-CMC, yang dapat memaksimalkan manfaat batang kelapa dan memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi farmasi seperti pengental, penstabil emulsi atau suspensi, dan bahan pengikat, adalah motivasi di balik penelitian ini, yang dilakukan oleh penulis (Rambe, 2018). Sebagaimana didukung dalam hadist dibawah ini:

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ هُرَيْرَةً قَالَ  
 عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa meniti jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga." (Ahmad No.7965)

Seruan menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan di antaranya diungkapkan dalam hadis diatas. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas hadis ini yang membahas mengenai pentingnya tentang ilmu pengetahuan dan keutamaannya dalam lintas kehidupan. Hadits mengenai ilmu pengetahuan sangat banyak salah satunya (HR. Ahmad No. 7965), karena keutamaan ilmu itu sendiri sangat sentral di kalangan umat Islam, di samping dengan ilmu itu sendiri dapat mengangkat derajat seseorang yang memilikinya.

Hasil penelitian ini adalah bagaimana proses belajar atau menuntut ilmu peneliti dapat merubah cara pandang dan perilaku, karena belajar adalah suatu proses alamiah untuk mendapatkan suatu yang bermakna. Penelitian ini juga menegaskan proses pembelajaran sebagai sarana perubahan sosial dalam masyarakat secara sosiologis, dan selebihnya pendidikan selain memberikan amunisi memasuki masa depan (Thoriq et al., 2022).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium berupa pembuatan dan karakterisasi Na-CMC dari selulosa batang kelapa.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasetik Farmasi Program Studi Farmasi UIN Alauddin Makassar, laboratorium Kimia Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, dan laboratorium FMIPA UNM Makassar.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2022.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif untuk mengetahui pembuatan dan karakterisasi Na-CMC dari selulosa batang kelapa.

#### **D. Sampel Penelitian**

Sampelnya adalah bagian batang dari tanaman kelapa (*Cocos nucifera* L. var. *rubescens*.) yang berada di perkebunan kelapa Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **E. Alat dan Bahan Penelitian**

##### **1. Alat Penelitian**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lemari pendingin, *hotplate* (Nesco Lab) dan *magnetic stirrer, grinder*, oven (Memmert), blender, pH

meter, desikator, *viscometer* (Brookfield DV-E), *Fourier Transform Infra-Red* (FTIR) (Nicolet Is10), dan alat-alat gelas.

## 2. Bahan Penelitian

Batang tanaman kelapa, HNO<sub>3</sub>, NaOH, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Na MCA, isopropanol, metanol, asam asetat glasial, HCl, KBr dan aquades.

### F. *Prosedur Kerja Penelitian*

#### 1. Sampel

##### a. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yaitu tanaman kelapa yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang batang kelapa yang diperoleh dari perkebunan kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

##### b. Determinasi

Determinasi ini dilakukan untuk memastikan kunci penentuan tanaman. Spesies tanaman yang digunakan sebagai bahan baku dalam penelitian ini kemudian dapat diidentifikasi. Uji determinasi dilakukan di Laboratorium FMIPA Universitas Negeri Makassar.

##### c. Preparasi Sampel

Batang kelapa yang terkumpul dibersihkan, dikeringkan, kemudian ditimbang untuk memperkirakan berat basahnya. Lemari pengering digunakan untuk menyelesaikan proses pengeringan. Setelah batang kelapa kering, kemudian diperkecil ukurannya menggunakan *grinder*. Serbuk batang kelapa yang diperoleh ditimbang untuk mengetahui berat keringnya.



#### d. Isolasi Selulosa

400 mL HNO<sub>3</sub> 4% digunakan untuk menghidrolisis 50 g bubuk kelapa pada suhu 80°C selama dua jam. Kemudian dengan menggunakan 200 mL H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 15% pada suhu 80°C selama 1 jam, saring dan pemutih bahan. Kemudian, 200 mL NaOH 2N digunakan dalam proses delignifikasi yang berlangsung selama 1 jam pada suhu 80°C (Supranto et al., 2015). Selulosa yang dihasilkan masih mengandung  $\alpha$ ,  $\beta$ , dan  $\gamma$ -selulosa, oleh karena itu pemisahan dilakukan dengan memanaskan 500 mL larutan NaOH 17,5% pada suhu 80°C selama 30 menit, yang menyebabkan,  $\beta$ , dan  $\gamma$ -selulosa larut sedangkan  $\alpha$ -selulosa akan mengendap. Karena warna kuning kecoklatan dari  $\alpha$ -selulosa yang dihasilkan, maka diputihkan sekali lagi menggunakan 200 mL H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 15% pada suhu 80°C selama satu jam. Untuk melihat vibrasi molekul senyawa organik,  $\alpha$ -selulosa kemudian dikeringkan dalam oven 60°C selama 1 jam sebelum dilakukan pengujian gugus fungsi menggunakan FTIR dengan bilangan gelombang referensi 400–4000 cm<sup>-1</sup> (Putri, 2018).

#### 2. Sintesis Na-CMC

Dengan 90 mL isopropanol dan 10 mL NaOH (10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%), ditambahkan 5 g selulosa batang kelapa sambil diaduk dengan *magnetic stirrer* selama 60 menit pada suhu ruang. Kemudian masing-masing Na MCA (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) ditambahkan. Pengadukan kemudian dilakukan selama satu jam lagi pada suhu 55°C sebelum disaring. Residu yang dihasilkan direndam selama 24 jam dalam 100 mL metanol. kemudian disaring setelah pH 6-7 dinetralkan dengan asam asetat glasial. Pengeringan Na-CMC padat dalam oven

dengan suhu 70°C (Coniwanti et al., 2015; Rahman et al., 2021; Indriyani et al., 2021).

### **3. Karakteristik Na-CMC**

#### **a. Organoleptik**

Pemeriksaan organoleptik Na-CMC yang meliputi pemeriksaan dengan panca indera diamati langsung dari bentuk, warna, bau dan kelarutan. (Depkes, 2014).

#### **b. Sifat Fisikokimia**

##### **1) Penetapan pH**

Larutan Na-CMC 1% Ukur pH setelah melarutkan 1 g Na-CMC dalam 100 mL air suling pada suhu 60 °C sambil diaduk (Salimi et al., 2021).

##### **2) Kadar Air**

Dalam botol penimbangan yang diketahui beratnya, sampel hingga 0,5 g Na-CMC ditimbang. Keringkan pada suhu 105°C dalam oven sampai tercapai berat yang stabil. Tutup botol timbang dibuka selama proses pemanasan di dalam oven, dan setelah dibuka segera ditutup dan dimasukkan ke dalam desikator lalu didinginkan sampai mencapai suhu ruang sebelum ditimbang (Salimi et al., 2021).

##### **3) Penentuan Viskositas**

Larutan Na-CMC pada 1% menggunakan viskometer Brookfield DV-E, untuk tentukan viskositas sediaan. Dengan 1 g Na-CMC yang dilarutkan dalam 100 mL air suling ditimbang kering, kemudian dipanaskan pada suhu 60 °C sambil diaduk hingga larut. Viskositas kemudian ditentukan setelah pendinginan hingga suhu kamar dan dilakukan pengukuran viskositas (Salimi et al., 2021).

### c. Penentuan Derajat Substitusi

2,5 mL HNO<sub>3</sub> 2N digunakan untuk merendam 1 g Na-CMC hasil sintesis selama dua menit untuk mengukur nilai DS. Setelah disaring, sisa bahan dipanggang dalam oven dengan suhu 60°C hingga kering. 1 g hasil oven, 100 mL air suling, 25 mL NaOH 0,3N, dan HCl 0,3N untuk titrasi. Rumus di bawah ini digunakan untuk menentukan nilai DS (Salama et al., 2018). Standar Nasional Indonesia (SNI) menyatakan bahwa nilai DS yang diperlukan untuk Na-CMC adalah antara 0,7 dan 1,2 (Fadillah, 2018).

$$A = \frac{BC-DE}{F}$$

$$\text{Derajat Substitusi} = \frac{0.162 A}{1 - 0.058 A}$$

Keterangan :

- A = Miliequivalen asam yang diperlukan per gram sampel
- B = Volume NaOH (mL) yang ditambahkan
- C = Normalitas NaOH (N)
- D = Volume HCl (mL) yang dibutuhkan dalam titrasi
- E = Normalitas HCl (N)
- F = Banyaknya Na-CMC AT yang digunakan (g)
- 162 = Berat molekul unit anhydroglukosa dari selulosa (g)
- 58 = Kenaikan anhydroglukosa untuk setiap gugus karboksimetil yang tersubstitusi

## 4. Karakteristik Na-CMC dengan FTIR

Setelah penyiapan bahan KBr khusus untuk FTIR, semua konsentrasi sampel hasil Na-CMC dari selulosa batang kelapa dikumpulkan dan diletakkan di atas mortar yang telah dilap dengan tisu. Setelah itu diambil sampel dan bahan KBr (1:8) dan diletakkan di atas mortar. Campuran tersebut kemudian dihaluskan hingga homogen, lalu lanjut dikompresi menjadi plat tipis dengan diameter sekitar 1 cm,

dan direkam menggunakan instrumen FTIR pada bilangan gelombang 400–4000  $\text{cm}^{-1}$  (Safitri et al., 2017).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Rendemen Selulosa

**Tabel 1.** Hasil Rendemen Selulosa

Berat Sampel Batang Kelapa Kering	Berat Selulosa	% Selulosa Hasil Isolasi Batang Kelapa
200 gram	85 gram	42,5 %


##### 2. Karakteristik Selulosa

**Tabel 2.** Hasil Karakteristik Selulosa

Karakteristik	Selulosa Batang Kelapa	Selulosa Standart	Sumber
Warna	Putih	Putih	(Fatriasari et al., 2019)
Bentuk	Potongan Serat	Potongan Serat	(Fatriasari et al., 2019)
Kelarutan dalam (NaOH 17,5%)	Larut	Larut	(Fatriasari et al., 2019)

### 3. Karakteristik Selulosa menggunakan FTIR

41

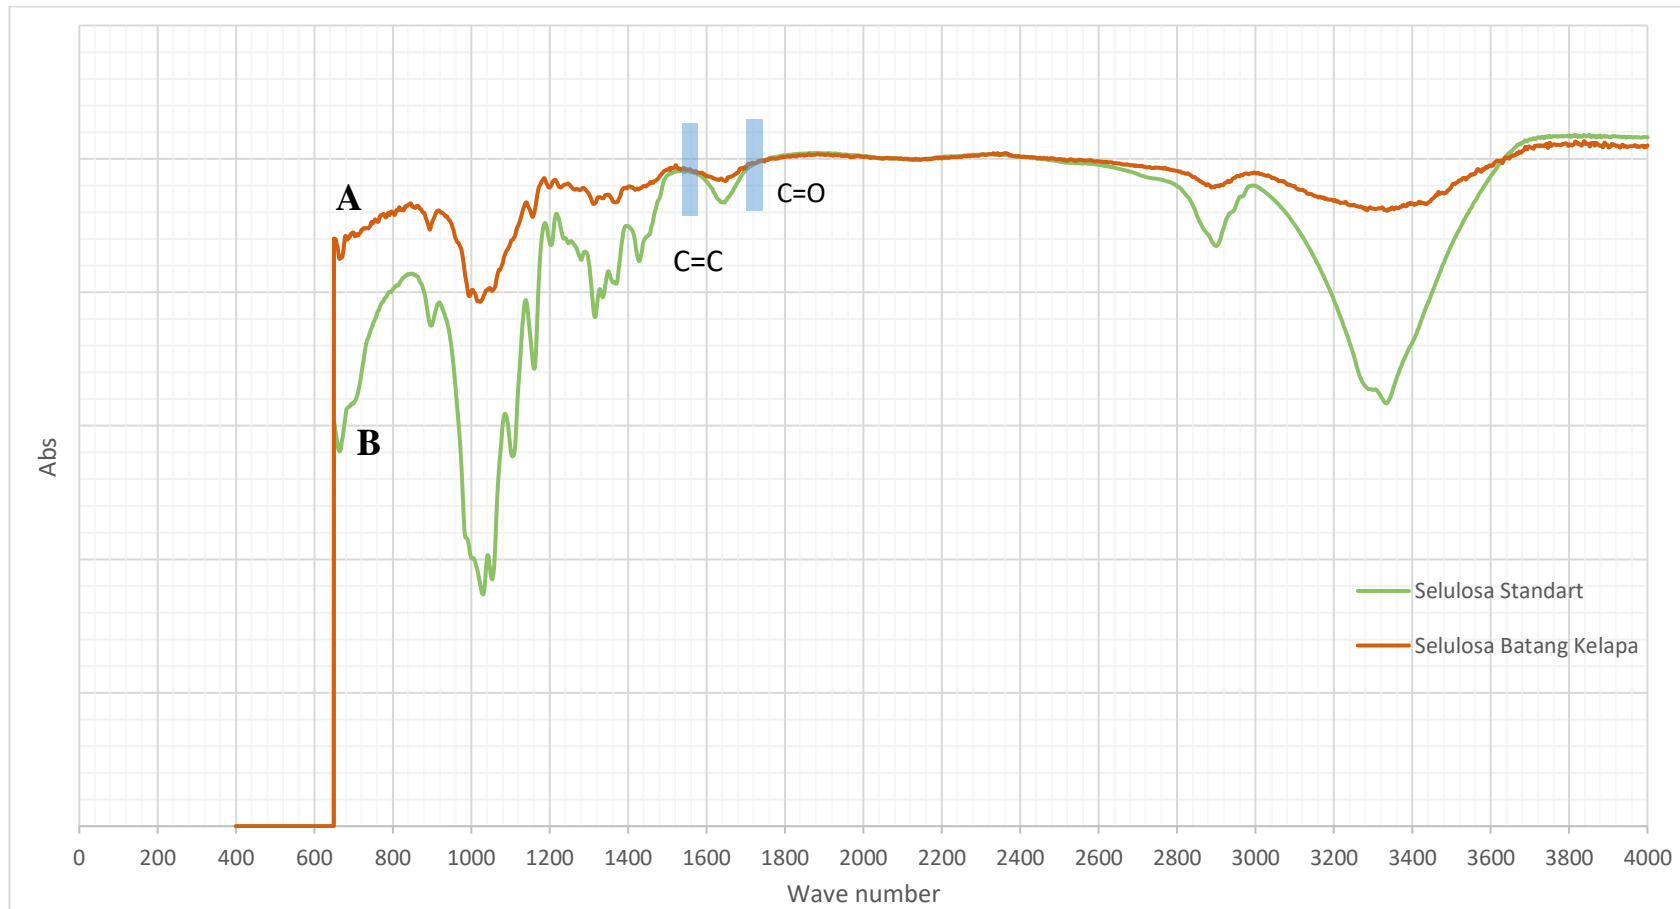

**Gambar 5.** Hasil analisis gugus fungsi selulosa menggunakan FTIR A) Selulosa Batang Kelapa, B) Selulosa Standart

#### 4. Karakteristik Na-CMC

**Tabel 3.** Hasil Karakteristik Na-CMC

Variasi Konsentrasi NaOH (%) : Na MCA (g)	Organoleptik			Kelarutan			pH	Kadar Air (%)	Viskositas (cP)	Derajat Substitusi
	Warna	Bau	Bentuk	Aquades	Etanol	Dietil Eter				
10:1	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	6	0,09	74,2	0,6
15:1	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	6,5	0,13	96,8	0,7
20:1	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,18	116	0,9
25:1	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,14	115,7	0,6
30:1	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,16	114,8	0,5
10:2	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	6,5	0,16	70,5	0,6


15:2	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	6,5	0,16	70,8	0,7
20:2	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,23	95	0,8
25:2	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,21	50,7	0,6
30:2	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	8	0,20	50,3	0,6
10:3	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	6,5	0,17	90	0,6
15:3	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,16	105,8	0,7
20:3	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,21	115,8	0,8
25:3	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,18	107,2	0,7




30:3	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	8	0,21	50,7	0,7
10:4	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,19	71,2	0,4
15:4	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,20	72,5	0,8
20:4	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,15	115,2	0,8
25:4	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	8	0,13	114,8	0,8
30:4	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	8	0,16	111,3	0,6
10:5	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,22	115,7	0,4
15:5	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7,5	0,26	116	0,5

20:5	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	8	0,21	513,3	0,8
25:5	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	8	0,21	510	0,7
30:5	Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	8	0,22	501,3	0,7
Na-CMC Merck®	Putih sampai krem	Tidak berbau	Serbuk	Agak sukar larut	Tidak Larut	Tidak Larut	7	0,17	513,3	1


## 5. Karakteristik Na-CMC menggunakan FTIR

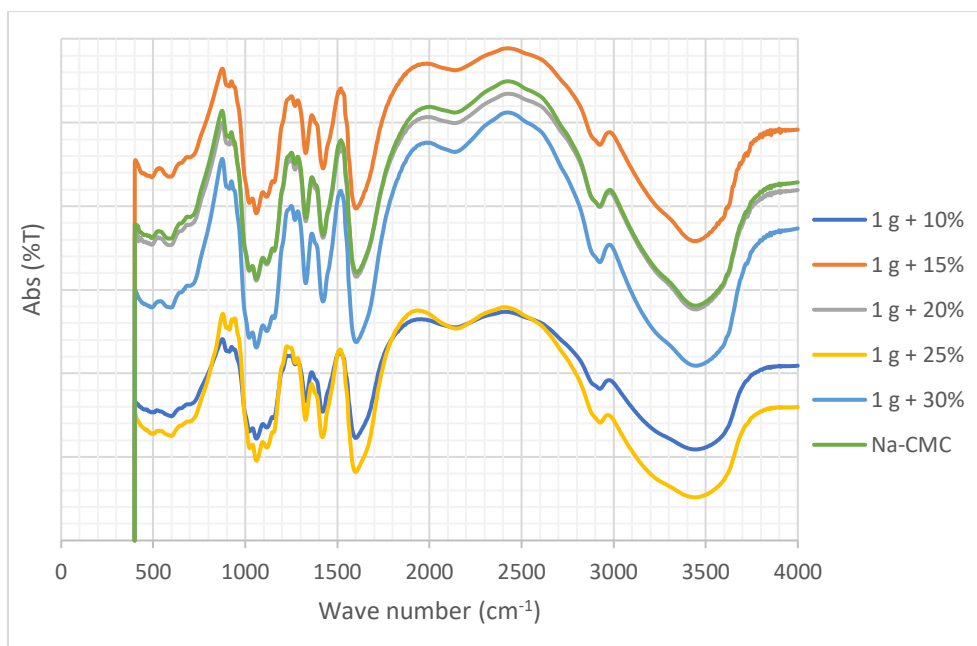


**Gambar 6.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 1 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR

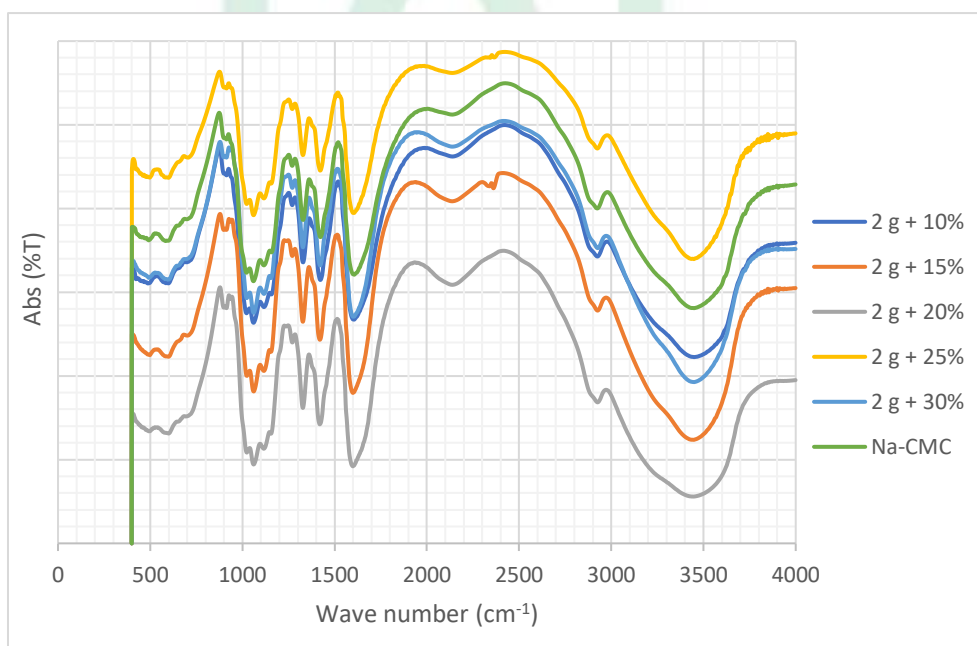


**Gambar 7.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 2 g dan NaOH(10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR

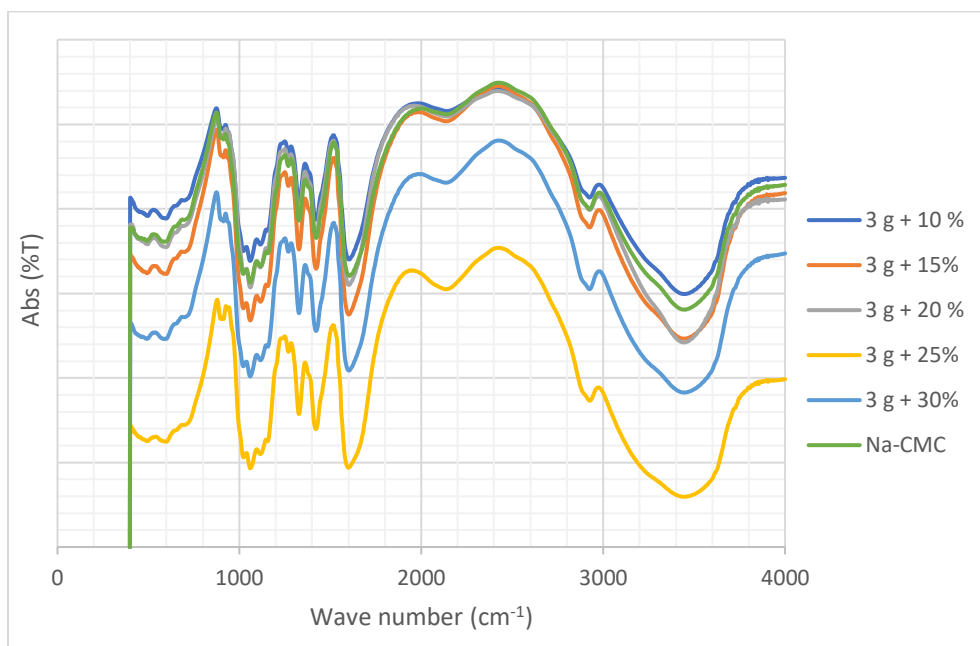


**Gambar 8.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 3 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR

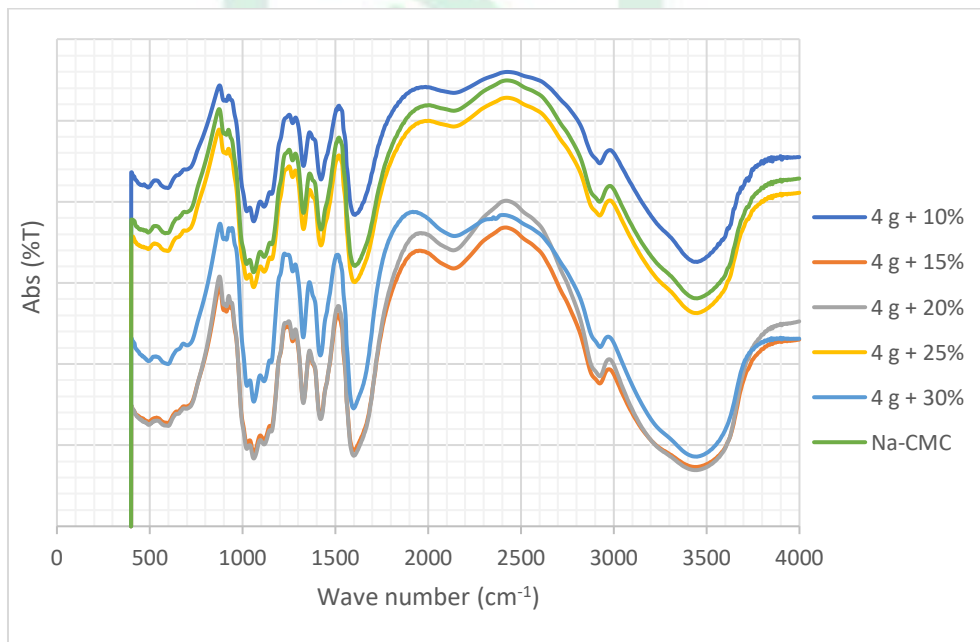


**Gambar 9.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 4 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR

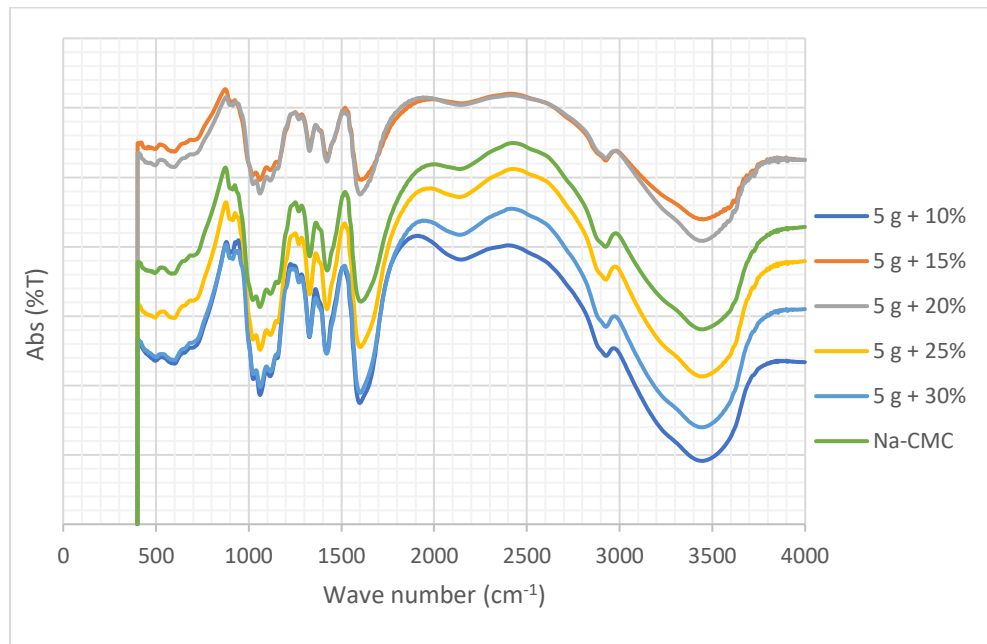


**Gambar 10.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi Na MCA 5 g dan NaOH (10, 15, 20, 25, 30%) menggunakan FTIR

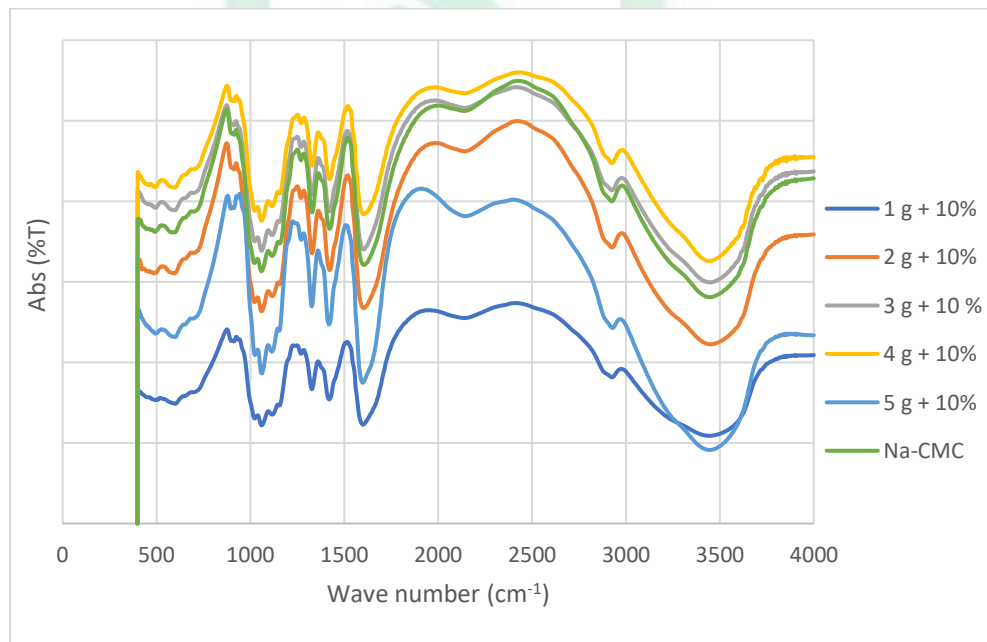


**Gambar 11.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 10% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR

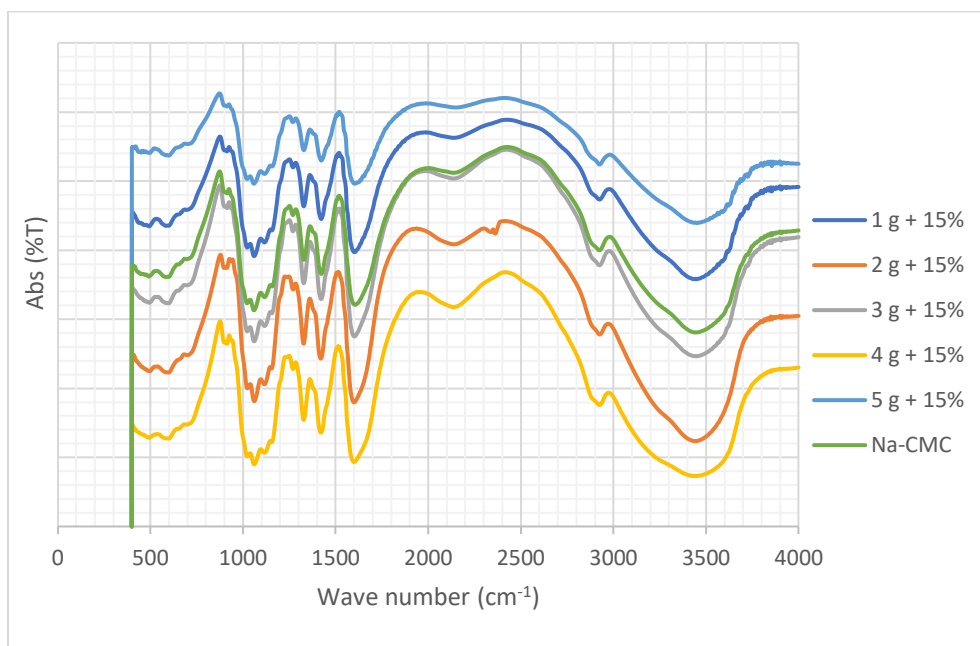


**Gambar 12.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 15% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR

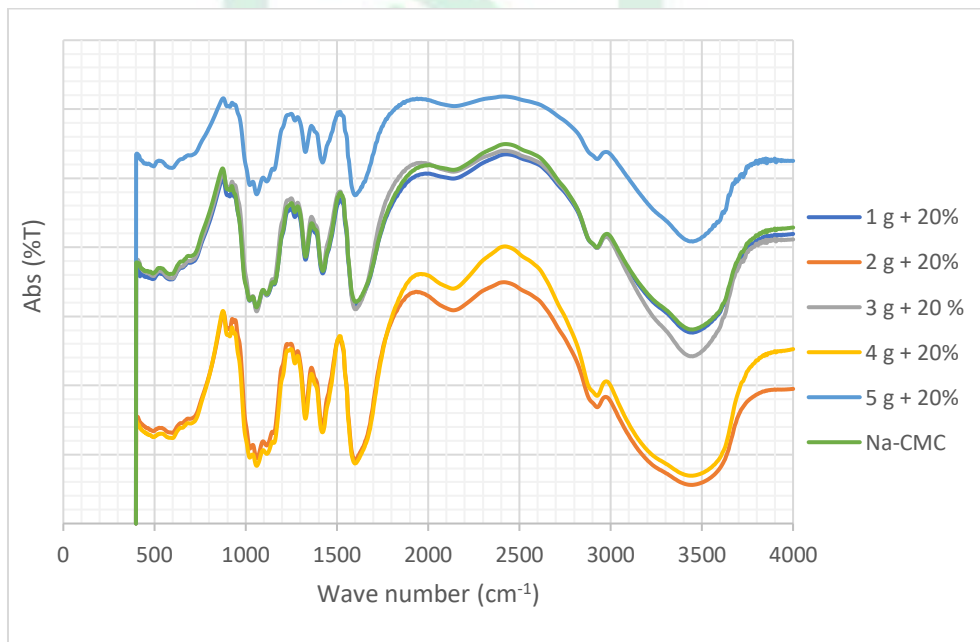


**Gambar 13.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 20% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR

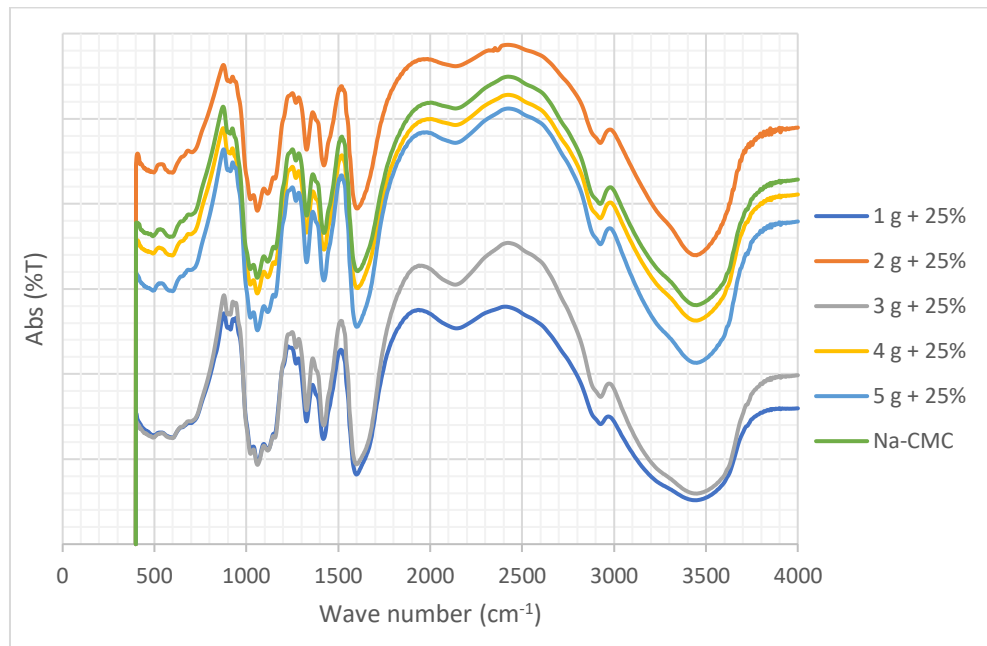

**Gambar 14.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 25% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR

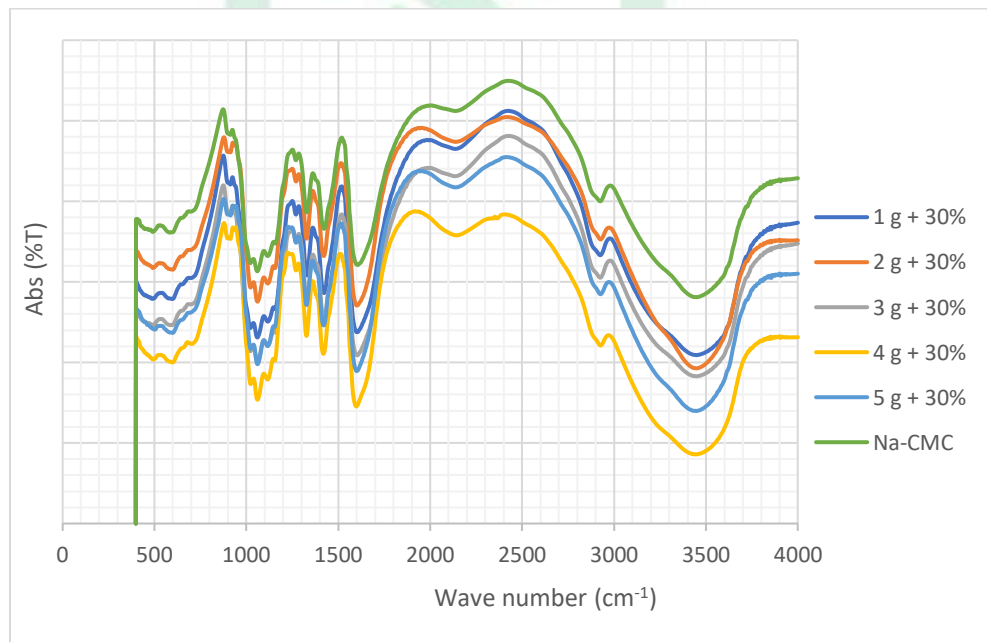

**Gambar 15.** Grafik Hasil Konsentrasi Variasi NaOH 30% dan Na MCA (1, 2, 3, 4, 5 g) menggunakan FTIR

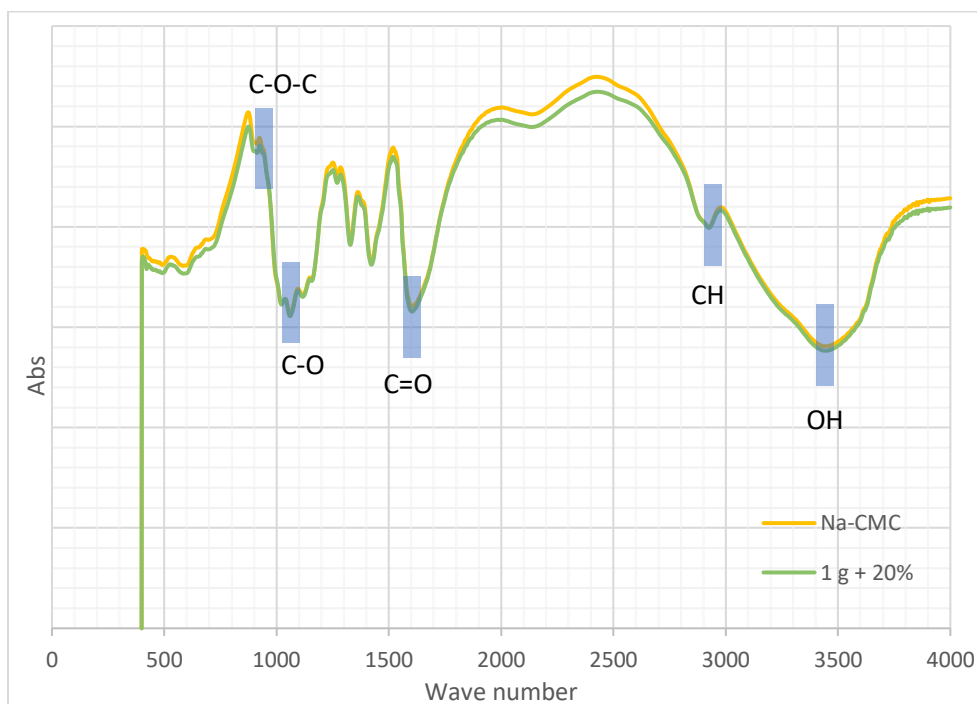

**Gambar 16.** Grafik Perbandingan Konsentrasi Variasi terbaik NaOH dan Na MCA menggunakan FTIR

## B. Pembahasan

Sampel batang kelapa diambil dari perkebunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada Gambar 17, digambarkan. Setelah dibagi menjadi beberapa bagian dibersihkan dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Setelah itu dijemur sekitar dua sampai tiga hari di dalam lemari pengering. Sampel batang kelapa kemudian digiling menjadi bubuk menggunakan grinder. Tujuan penggilingan dalam hal ini adalah untuk menambah luas permukaan batang kelapa dan memperkecil ukurannya. Dari berat awal 1 kg diperoleh 500 gram tepung kelapa kering. Batang kelapa yang sebelumnya berbentuk lonjoran pipih dengan warna coklat tua setelah dipreparasi berbentuk serbuk dengan warna coklat muda.



Berdasarkan Tabel.1 diambil berat sampel batang kelapa kering yaitu 200 gram dari hasil sampel batang kelapa ini untuk digunakan pada proses isolasi selulosa menghasilkan 85 gram selulosa. Persentase yang didapatkan dari hasil isolasi selulosa yaitu 42,5% dengan perhitungan:

$$\%Selulosa = \frac{85 \text{ gram}}{200 \text{ gram}} \times 100\% = 42,5\%$$

Prosedur isolasi digunakan untuk memisahkan selulosa dari lignin dan hemiselulosa. Hidrolisis adalah metode pemecahan kimia yang melibatkan pelepasan ikatan suatu zat. Asam nitrat dapat ditambahkan ke batang kelapa untuk melarutkan ikatan hemiselulosa-selulosa. Selain itu, struktur lignin yang melapisi atau melindungi hemiselulosa dapat melemah selama proses hidrolisis dalam keadaan panas dan asam, menciptakan ruang pori yang memungkinkan asam masuk dan menghidrolisis hemiselulosa, yang ditandai dengan perubahan warna dari coklat menjadi jingga (Minah, 2010). Alkali (NaOH) ditambahkan ke proses untuk meningkatkan delignifikasi, yang memerlukan pemutusan ikatan ester antara lignin dan selulosa. Alkali dapat dengan mudah mengganggu ikatan lignin-selulosa ester karena sifatnya yang lemah atau kurang stabil (Subhedar, 2013). Selulosa yang dihasilkan ini masih mengandung  $\alpha$ ,  $\beta$ , dan  $\gamma$ -selulosa. Sehingga penting untuk memisahkan  $\alpha$ -selulosa dari  $\beta$ , dan  $\gamma$ -selulosa dan untuk itu digunakan larutan NaOH 17,5% yang menyebabkan  $\beta$ , dan  $\gamma$ -selulosa akan larut sedangkan  $\alpha$ -selulosa akan mengendap (Putri, 2018). Untuk menghasilkan selulosa dengan warna yang mirip dengan selulosa standart, dilakukan tiga kali penambahan bahan pemutih  $H_2O_2$ . Selain itu, tingkat keputihan yang dihasilkan lebih dapat diandalkan dan

ramah lingkungan (Coniwanti, Anka, et al., 2015). Dapat dilihat dari Gambar 18. menunjukkan hasil selulosa dari batang kelapa.

Terbukti bahwa gugus fungsi yang dinilai dari spektrum FTIR mengikuti struktur selulosa yang khas dari temuan setiap serapan pada daerah bilangan gelombang tertentu. Pada selulosa batang kelapa maupun selulosa biasa, hasil pembacaan analisis spektrum FTIR dapat dideteksi panjang gelombangnya. Pembacaan dari selulosa konvensional dan selulosa batang kelapa pada kisaran  $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$  dari spektrum FTIR diberikan pada Gambar 5 dan dijelaskan pada Tabel 4.

Berdasarkan pada daerah gelombang dekat  $1510$  dan  $1590\text{ cm}^{-1}$  yang merupakan rentang gelombang milik gugus fungsi lignin cincin aromatik  $\text{C}=\text{C}$  menunjukkan persamaan peak. Pada sampel selulosa batang kelapa terjadi pada panjang gelombang  $1547,21\text{ cm}^{-1}$  sedangkan pada selulosa standart  $1547,34\text{ cm}^{-1}$ . Peak  $\text{C}=\text{C}$  menunjukkan bahwa intensitas lignin pada sampel yaitu batang kelapa. Pada daerah gelombang sekitar  $1690$  dan  $1760\text{ cm}^{-1}$  yakni milik gugus fungsi  $\text{C}=\text{O}$  (karbonil), di sampel selulosa batang kelapa  $1715,47\text{ cm}^{-1}$  dan  $1715,52\text{ cm}^{-1}$  selulosa standart menunjukkan bahwa intensitas hemiselulosa dari selulosa batang kelapa tidak jauh berbeda pada daerah frekuensi gugus fungsi karbonil selulosa standart. Keberadaan intensitas gugus fungsi molekul lignin ( $\text{C}=\text{C}$ ) dan milik gugus fungsi karbonil ( $\text{C}=\text{O}$ ) menunjukkan bahwa intensitas hemiselulosa juga pada daerah frekuensi tersebut semakin lemah (Stuart, 2005; Zulfikar et al., 2020).

Alkalisasi dan karboksimetilasi adalah dua proses utama dalam produksi Na-CMC. Sebelum karboksimetilasi, alkalisasi dilakukan dengan NaOH untuk

mengaktifkan gugus OH pada molekul selulosa dan berfungsi sebagai pengembang. Penyebaran agen karboksimetilasi akan dibantu oleh pertumbuhan selulosa ini. Prosedur karboksimetilasi memanfaatkan natrium monokloroasetat. Substitusi unit anhidroglukosa pada selulosa akan dipengaruhi oleh jumlah natrium monokloroasetat yang digunakan (Prayitno et al., 2020). Selulosa batang kelapa diambil sebanyak 5 g, ditambahkan 90 mL isopropanol dan 10 mL NaOH (10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%). Gugus OH dari isopropanol ( $C_3H_7OH$ ), bahan kimia organik, membantu dalam pembubaran molekul polar. Karena gugus COH-nya dapat mengikat dua karbon, isopropanol adalah bentuk sekunder dari molekul alkohol. Isopropanol ditambahkan untuk memperbaiki prosedur selanjutnya, karboksimetilasi (Zuraida, 2016). Prosedur ini mengubah selulosa menjadi selulosa basa dalam lingkungan basa yang dibuat dengan penambahan gugus  $Na^+$  dari NaOH dan pelarut isopropanol (Hildayani, 2018). Penambahan NaOH dengan menggunakan beberapa variasi pada selulosa juga berfungsi untuk melihat pengaktifkan gugus-gugus hidroksil dari selulosa yang ditandai dengan pembengkakan pada selulosa dan terjadinya perubahan warna dari putih menjadi kekuningan (Nur'ain et al., 2017).

Kemudian pada tahap karboksimetilasi, masing-masing Na MCA ditambahkan dengan variasi (1 g, 2 g, 3 g, 4 g, dan 5 g) dengan mereaksikan alkali selulosa yang dibuat pada tahap alkalisasi dengan Na MCA. Gugus natrium selulosa alkali dan gugus natrium dalam reagen Na MCA bereaksi selama tahap karboksimetilasi untuk menghasilkan Na-CMC. Residu yang dihasilkan kemudian direndam dalam metanol selama 24 jam. kemudian disaring setelah pH 6-7

dinetralkan dengan asam asetat glasial. Padatan Na-CMC dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 70°C. Metanol (CH<sub>3</sub>OH) digunakan karena bersifat polar sehingga lebih mudah larut dibandingkan pelarut lainnya (Suharto et al., 2016). Selanjutnya pada tahap netralisasi digunakan asam asetat glasial untuk menetralkan Na-CMC yang disintesis karena selama proses sintesis berlangsung dalam lingkungan basa (Salimi et al., 2021). Menurut Pitaloka et al., (2015) menyatakan bahwa konsentrasi NaOH akan mempengaruhi tingkat kualitas Na-CMC dan penambahan natrium monokloroasetat akan mempengaruhi substitusi pada struktur selulosa.

Setelah didapatkan sampel Na-CMC yang diperoleh, lalu dibandingkan dengan Na-CMC Merck®. Dari Tabel 3 hasil Na-CMC yang diperoleh dari selulosa batang kelapa memiliki karakter yang hampir sama dengan NaCMC Merck® juga memenuhi persyaratan farmakope dan standar nasional Indonesia (SNI). Uji organoleptik pada Na-CMC berdasarkan pemeriksaan bentuk, warna, dan bau. Beberapa hasil variasi Na-CMC menunjukkan adanya granul seiiiring dengan meningkatnya konsentrasi variasi. Hasil pemeriksaan organoleptik yang berupa bentuk, warna, dan bau untuk Na-CMC dan Na-CMC Merck® berturut-turut adalah: serbuk atau granul berwarna krem, dan tidak berbau. Tingkat kecerahan (*lightness*) Na-CMC batang kelapa sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Na-CMC Merck®. Hal ini dimungkinkan karena bahan baku selulosa masih mengandung residu lignin yang bereaksi dengan NaOH selama proses produksi Na-CMC. Tingkat kecerahan berpengaruh pada aplikasi Na-CMC, dimana semakin cerah penampakan Na-CMC maka daya terima konsumen cenderung lebih tinggi.

Tiga pelarut dengan berbagai jumlah polaritas digunakan untuk melakukan uji kelarutan. Berdasarkan farmakope Indonesia, hal ini bertujuan untuk mengetahui kelarutan Na-CMC berbahan dasar batang kelapa dalam berbagai pelarut. Aquadest, etanol 96%, dan dietil eter adalah berbagai pelarut yang digunakan masing-masing dengan polaritas tinggi hingga non-polaritas. Hasil kelarutan dalam media aquadest ditunjukkan pada Tabel 6, dan kesimpulannya adalah terdispersi dalam air dengan kelarutan yang sangat menantang untuk membentuk larutan koloid. Sementara etanol ditunjukkan pada Tabel 7 dan dietil eter Tabel 8 terbukti tidak larut, hal ini menyebabkan terbentuknya endapan pada basa Na-CMC.

Uji fisikokimia meliputi pH, kadar air, viskositas dan derajat substitusi. Hasil pemeriksaan pH Na-CMC dan Na-CMC Merck® seluruh variasi telah memenuhi syarat SNI 06-3736-1995 yaitu dengan rentang pH 6-8,5. Berdasarkan Tabel 3, pH yang dihasilkan cenderung naik semakin tinggi konsentrasi natrium monokloroasetat. Masrullita et al., (2021) mengaitkan hal ini dengan penambahan gugus natrium monokloroasetat, yang memungkinkan pH terionisasi total dalam larutan dan menghasilkan kenaikan pH. PH dari Na-CMC yang dihasilkan berada dalam kisaran pH yang dapat diterima dan hanya sedikit berbeda dari pH NaCMC Merck®, yaitu pH 7 berkat proses penetralan yang cukup efektif.

Pemeriksaan kadar air dilakukan pada semua variasi Na-CMC dan Na-CMC Merck®. Menurut Farmakope Edisi V kadar air yang disyaratkan Na-CMC adalah 0,25% dan begitu pula syarat SNI 06-3736-1995 menetapkan syarat kadar air <10%. Kadar air yang dihasilkan oleh semua variasi Na-CMC dari batang kelapa

yang memenuhi parameter seperti yang dipersyaratkan oleh farmakope dan SNI ditunjukkan pada Tabel 3. Menurut Nisa dan Putri (2014), kadar air Na-CMC yang dihasilkan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi natrium monokloroasetat dan waktu reaksi. Hal ini dikarenakan Na-CMC mampu mengikat air sehingga kadar air semakin naik.

Viskositas merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas Na-CMC. Viskositas Na-CMC berhubungan dengan kemampuan Na-CMC untuk mengikat air. Pengujian terhadap viskositas Na-CMC dengan beberapa variasi konsentrasi NaOH dan Na MCA. Dari pengujian tersebut terlihat adanya perbandingan antara kenaikan dan penurunan viskositas Na-CMC yang terbuat dari batang kelapa. Karena komponen isopropanol, yang membuatnya lebih mudah untuk reagen eterifikasi mencapai ikatan selulosa, viskositas Na-CMC meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi Na-MCA. Setelah mencapai maksimum tersebut, viskositas Na-CMC mulai turun akibat terlalu banyak zat eterifikasi yang meresap ke dalam selulosa karena adanya isopropanol (Eriningsih et al., 2011). Menurut penelitian oleh Alizadeh Asl et al. (2017), ada juga pengaruh NaOH yang menyebabkan viskositas turun ketika konsentrasi NaOH naik di atas 20%. Temuan ini dapat dijelaskan dengan penurunan DS, yang menawarkan lebih sedikit gugus hidrofilik dan mengurangi kapasitas polimer untuk mengikat molekul air. Viskositas selanjutnya dikurangi dengan efek pemecahan NaOH pada tingkat yang lebih tinggi dalam rantai polimer.

Menggunakan spindel 1, viskometer Brookfield mengukur viskositas Na-CMC pada kecepatan 60 rpm. Ini mempengaruhi dimana semakin tinggi nomor

spindle, maka semakin besar alat pemutarnya dan berpengaruh terhadap nilai kecepatan putar (rpm). Semakin besar spindle, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk memutar alat, sehingga kecepatan putar menurun dan nilai viskositas juga menurun. Kecepatan putaran spindle yang diperlukan untuk memutar alat berpengaruh terhadap hasil uji viskositas. Pembacaan viskositas dari alat pengukur viskometer berkurang dengan meningkatnya kecepatan spindle. Viskositas atau kekentalan akan lebih tinggi atau lebih tebal jika spindle berputar lebih lambat (Caesaron, D., dan Sri, 2015).

Derajat Substitusi (DS) seluruh varian Na-CMC yang dikembangkan berkisar antara 0,7 dan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 0,7 hingga 1,2. Jika DS yang diperoleh 0,4 maka Na-CMC akan mudah mengembang, dan jika  $> 0,4$  akan larut dengan baik dalam air dan sifat higroskopisnya akan menaikkan nilai DS. Semakin tinggi DS tentunya kompatibilitasnya akan semakin baik. DS sangat berpengaruh dengan derajat polimerasi Na-CMC dan keseragaman substitusi (Eriningsih et al., 2011).

Safitri et al., (2017) mengklaim bahwa nilai derajat substitusi lebih tinggi karena natrium monokloroasetat yang lebih banyak menghasilkan substitusi gugus anhidroglukosa yang lebih banyak. Namun penggunaan natrium monokloroasetat 4 dan 5 gram mengalami penurunan derajat substitusi. Menurut Wijayani et al., (2010) bahwa jika konsentrasi natrium monokloroasetat meningkat maka kemurnian Na-CMC juga akan turun. Hal ini disebabkan penurunan derajat substitusi dan peningkatan pembentukan natrium klorida dan natrium glikolat. Adapun menurut Coniwanti, et al., (2015), pengaruh NaOH dimana didapatkan DS



optimum pada penambahan NaOH 20% dan mengalami penurunan nilai DS pada penambahan 25% dan 30% sedangkan penambahan 10% dan 15% meningkat tetapi dalam hal ini masih kurang. Adanya penurunan nilai DS karena konsentrasi atau penambahan NaOH yang rendah ini disebabkan karena konsentrasi NaOH yang rendah atau terbatas tidak dapat mengkonversi selulosa menjadi alkali selulosa yang nantinya membentuk Na CMC.

Karakteristik Na-CMC dengan FTIR perbedaan bilangan gelombang pada setiap variasi dapat mempengaruhi hasilnya. Hal ini ditandai dengan terdapatnya vibrasi alkohol (-OH), ikatan -CH, gugus karboksil (C=O), ikatan (C-O) dan gugus ester (C-O-C) (Purba, 2018). Berdasarkan Gambar 16. Grafik perbandingan konsentrasi variasi terbaik NaOH dan Na MCA menggunakan FTIR yaitu ada 20:1.

Hasil dari analisis menggunakan FTIR menunjukkan gugus fungsi pada Na-CMC Merck® dan Na-CMC (20:1) dari batang kelapa. Adanya perubahan gugus fungsi pada Na-CMC menunjukkan bahwa proses sintesis Na-CMC dari batang kelapa telah berhasil dilakukan. Hasil dari analisis menggunakan FTIR juga menunjukkan adanya puncak yang dimiliki oleh Na-CMC Merck® dan Na-CMC (20:1). Puncak tersebut terletak pada daerah  $3449,18\text{ cm}^{-1}$  dan  $3449,17\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus O-H *stretching vibration* yang berasal dari rantai siklik maupun Na-CMC. Puncak lain terdapat pada daerah  $2924,32\text{ cm}^{-1}$  dan  $2925,23\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus C-H *stretching*. Gugus C-H ini berasal dari rantai piranosa selulosa maupun Na-CMC. Lalu ada pula puncak pada  $1606,06\text{ cm}^{-1}$  dan  $1605,35\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus karbonil. Selanjutnya puncak pada daerah  $1059,62\text{ cm}^{-1}$  dan  $1060,15\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya *asymmetric*



*C-O stretching vibration*. Gugus berasal dari rantai piranosa selulosa dan Na-CMC yang menunjukkan regangan C-O dan struktur dari komponen selulosa. Selanjutnya puncak pada daerah  $913,16\text{ cm}^{-1}$  dan  $913,25\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan adanya gugus *asymmetric C-O-C stretching vibration*. Gugus tersebut berasal dari ikatan  $\beta$ -1,4 glikosida antara monomer dari selulosa maupun Na-CMC.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan serangkaian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kadar selulosa yang didapatkan dari batang kelapa yaitu 42,5%.
2. Konsentrasi terbaik Na-CMC dari variasi NaOH dan Na MCA yang dihasilkan yaitu 20:1 sesuai standar nasional Indonesia (SNI) yaitu mutu 1.
3. Adapun karakteristik sebagai berikut. pH: 7; kadar air: 0,18; viskositas: 116 Cp; DS: 0,9; FTIR: OH 3449,17  $\text{cm}^{-1}$ ; -CH 2925,23  $\text{cm}^{-1}$ ; C=O 1605,35  $\text{cm}^{-1}$ ; C-O 1060,15  $\text{cm}^{-1}$ ; dan C-O-C 913,25  $\text{cm}^{-1}$ .

#### **B. Saran**

Bagi peneliti selanjutnya agar mendapat hasil optimal, penulis menyarankan:

1. Saat pengambilan sampel mengambil batang kelapa yang lebih muda umurnya untuk melihat Na-CMC yang dihasilkan.
2. Saat proses sintesis Na-CMC menggunakan perbandingan konsentrasi variasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. (1971). In *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*.
- Alizadeh Asl, S., Mousavi, M., & Labbafi, M. (2017). Synthesis and Characterization of Carboxymethyl Cellulose from Sugarcane Bagasse. *Journal of Food Processing & Technology*, 08(08). <https://doi.org/10.4172/2157-7110.1000687>
- Alqani, F. (2011). Kajian Proses Isolasi  $\alpha$ -Selulosa dari Limbah Batang Tanaman Manihot esculenta Crantz yang Efisien. *Skripsi Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur*.
- Amrullah, A. A. (2003). Tafsir Al-Azhar Jilid 6. In Hamka (Ed.), *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura* (ed. 1 cet.5).
- Anam, C., & Firdausi, K. S. (2007). Analisis Gugus Fungsi Pada Sampel Uji, Bensin Dan Spiritus Menggunakan Metode Spektroskopi Ftir. *Berkala Fisika*, 10(1), 79–85.
- Ayuningtiyas, S., Dwi, D. F., & MZ, S. (2017). Pembuatan Karboksimetil Selulosa Dari Kulit Pisang Kepok Dengan Variasi Konsentrasi Natrium Hidroksida, Natrium Monokloroasetat, Temperatur Dan Waktu Reaksi. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 6(3), 47–51.
- Bahri, S. (2014). Optimasi Sintesis Karboksimetil Selulosa Dari Tongkol Jagung Manis (*Zea Mays L Saccharata*) Optimization Synthesis Corboxymethyl Cellulose Of Sweet Corn Cob (*Zea Mays L Saccharata*). *Online Jurnal of Natural Science*, 3(2), 70–78.
- BPS-RI. (2020). Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Juli 2020. *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- Caesaron, D., dan Sri, S. A. . (2015). Pengaruh Kecepatan Putar Spindel Dalam Dengan Metode Anova. *Journal of Industrial Engineering & Management System*, 8(1), 70–78.
- Coniwanti, P., Anka, M. N. P., & Sander, C. (2015). Pengaruh Konsentrasi, Waktu, dan Temperatur Terhadap Kandungan Lignin pada Proses Pemutihan Bubur Kertas Bekas. *Jurnal Teknik Kima*, 21(3), 47–55.
- Coniwanti, P., Dani, M., & Daulay, Z. S. (2015). Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Limbah Kulit Kacang Tanah (*Arachis hypogea L.*). *Jurnal Teknik Kimia*, 21(4), 58–65.
- Daulay, L. R. (2009). Adhesi Penguat Serbuk Pulp Tandan Kosong Sawit

- Teresterifikasi Dengan Matriks Komposit Polietilena. *Disertasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan*, 1–157.
- Depkes, R. (2014). Farmakope Indonesia edisi V. In *Departemen Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 2, Issue 5).
- Eriningsih, R., Yulina, R., & Mutia, T. (2011). Pembuatan Karboksimetil Selulosa Dari Limbah Tongkol Jagung Untuk Pengental Pada Proses Pencapan Tekstil. *Balai Besar Tekstil*, 26(2), 105–113. <https://doi.org/10.31266/at.v26i2.1177>
- Ezward, C., Suliansyah, I., Rozen, N., & Dwipa, I. (2020). Identifikasi karakter Vegetatif Genotipe Padi Lokal Kabupaten Kuantan Singingi. *Menara Ilmu*, XIV(02), 12–22.
- Fadillah, N. (2018). Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) Dari Kulit Kapuk Randu (*Ceiba Pentandra L. Gaertn*) Dengan Variasi Konsentrasi Asam Trikloroasetat Dan Suhu. *Skripsi Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar*.
- Fan, M., Dai, D., Huang, B., Sipil, T., Brunel, U., Teknik, M., Pertanian, U., & Cina, R. (2012). Fourier Transform Inframerah Spektroskopi untuk Serat Alami. *Intechopen*.
- Fatriasari, W., Masruchin, N., & Hermiati, E. (2019). *Selulosa Karakteristik dan Pemanfaatannya* (F. Suhendra & Nikita (eds.)). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Ferdiansyah, M. K., Marseno, D. W., & Pranoto, Y. (2017). Optimasi Sintesis Karboksi Metil Selulosa (CMC) dari Pelepah Kelapa Sawit Menggunakan Response Surface Methodology (RSM). *Agritech*, 37(2), 158. <https://doi.org/10.22146/agritech.25363>
- Hildayani, G. M. (2018). Pembuatan Carboxymethyl Cellulose (CMC) dari Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Bahan Penstabil Madu Dehumidifikasi. *Skripsi Fakultas Matematika Dan Ilmu Ilmu Pengetahuan Alam, Medan*.
- Indriyani, Hasan, A., & Meydinariasty, A. (2021). Sintesis dan Karakterisasi Na-CMC dari  $\alpha$ -Selulosa Serabut Kelapa Sawit. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (JPTI)*, 1(9), 375–381.
- Indriyati, W., Musfiroh, I., Kusmawanti, R., Sriwidodo, & Hasanah, A. N. (2016). Characterization of carboxymethyl cellulose sodium (Na-CMC) from water hyacinth (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms) Cellulose) growing in jatinangor and lembang. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*, 3(3), 100–110.
- Jufrinaldi, J. (2018). Isolasi Selulosa Dari Bagas Tebu Melalui Pemanasan Iradiasi Gelombang Mikro. *Jurnal Ilmiah Teknik Kimia*, 2(2), 83.

<https://doi.org/10.32493/jitk.v2i2.1683>

- Kamal, N. (2010). Pengaruh Bahan Aditif Cmc ( Carboxyl Methyl Cellulose ) Terhadap Beberapa Parameter Pada Larutan Sukrosa. *Jurnal Teknologi*, 1(17), 78–85.
- Kriswiyanti, E. (2014). Keanekaragaman Karakter Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L. ) Yang Digunakan Sebagai Bahan Upacara Padudusan Agung. *Jurnal Biologi*, 17(1), 15–19. <https://doi.org/10.24843/jbiounud>
- Kusmana, C., & Hikmat, A. (2015). The Biodiversity of Flora in Indonesia. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.187>
- Mardiatmoko, G., & Mira, A. (2018). Produksi Tanaman Kelapa (Cocos nucifera L.). In R. Loppies (Ed.), *Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura*.
- Masrullita, Meriatna, Zulmiardi, Sfariwardy, F., Auliani, & Nurlaila, R. (2021). Pemanfaatan Jerami Padi (Oryza Sativa L.) Sebagai Bahan Baku Dalam Pembuatan CMC (Carboximetil Cellulose). *Jurnal Rekayasa Proses*, 15(2), 194–201. <https://doi.org/10.22146/jrekpros.69569>
- Megawati, S, F. J., & Syatriani. (2017). Sintesis Natrium Karboksimetil Selulosa (Na.CMC) dari Selulosa Hasil Isolasi dari Batang Alang-Alang (Imperata cylindrica L.). *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 2(1), 13–16.
- Minah, F. N. (2010). Potensi Ganyong (Canna edulis Kerr) dari Malang Selatan sebagai Bahan Baku Bioethanol dengan Proses Hidrolisa Asam. *Spectra*, 8(16), 12–22.
- Mulyadi, I. (2019). Isolasi Dan Karakteristik Selulosa. *Jurnal Sainika UNPAM*, 1(2), 177–182.
- Nasihah, D. (2022). Studi Literatur Sintesis dan Karakterisasi Na CMC dari Tumbuhan. *Skripsi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar*.
- Nasution, H. M. (2020). *Farmasi Dalam prespektif Islam* (R. A. Harahap (ed.); 1st ed.). CV. Manhaji.
- Ningrum, M. S. (2019). Pemanfaatan Tanaman Kelapa (Cocos nucifera) oleh Etnis Masyarakat di Desa Kelambir dan Desa Kubah Setang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi Fakultas Biologi Universitas Medan Area, Medan*, 1–59.
- Nisa, D., & Putri, W. D. R. (2014). Pemanfaatan Selulosa dari Kulit Buah Kakao

- (*Teobroma cacao* L.) sebagai Bahan Baku Pembuatan CMC (Carboxymethyl Cellulose). *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(3), 34–42. <https://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/view/50/59>
- Nofriyanti, A., & Eryanti, Y. (2020). Sintesis Dan Uji Toksisitas Senyawa Turunan Azin 4-((1E)-(E)-2((4-Hidroksi-3-Metoksifenil) Metiliden) Hidrazin-1-Iliden) Metil)-2-Metoksifenol. *Universitas Riau Kampus Binawidya*, 2(1), 1–8.
- Nur'ain, N., Nurhaeni, N., & Ridhay, A. (2017). Optimasi Kondisi Reaksi Untuk Sintesis Karboksimetil Selulosa (CMC) Dari Batang Jagung (*Zea mays* L.). *Kovalen*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.22487/j24775398.2017.v3.i2.8717>
- Pitaloka, A. B., Hidayah, N. A., Saputra, A. H., & Nasikin, M. (2015). Pembuatan CMC Dari Selulosa Eceng Gondok Dengan Media Reaksi Campuran Larutan Isopropanol-Isobutanol. *Jurnal Integrasi Proses*, 5(2), 108–114.
- Pratama, R. D., Farid, M., & Nurdiansah, H. (2017). Pengaruh Proses Alkalisasi terhadap Morfologi Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Bahan Penguat Komposit Absorpsi Suara. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 250–254. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24274>
- Prayitno, A., Hadi, S. D., & Firyanto, R. (2020). Pembuatan NaCMC dari Batang Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*). *Journal of Chemical Engineering*, 1, 7–11.
- Purba, M. P. B. (2018). Sintesis Dan Karakterisasi CMC (Carboxymethyl Cellulose) dari Selulosa Batang Pisang Raja (*Musa paradisiaca*) Dengan Varian Natrium Monokloroasetat. *Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, Medan*.
- Putri, E., & Gea, S. (2018). Isolasi dan Karakterisasi Nanokistral Selulosa dari Tandan Sawit (*Elaeis Guineensis* Jack). *Elkawnie*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/10.22373/ekw.v4i1.2877>
- Rahman, M. S., Hasan, M. S., Nitai, A. S., Nam, S., Karmakar, A. K., Ahsan, M. S., Shiddiky, M. J. A., & Ahmed, M. B. (2021). Recent Developments of Carboxymethyl Cellulose. *Polymers*, 13(8), 1–48. <https://doi.org/10.3390/polym13081345>
- Rambe, N. (2018). Pemanfaatan CMC Dari Selulosa Pelepeh Kelapa dan Pengaruh Konsentrasi Gula Terhadap Stabilitas Sari Buah Terong Belanda. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Rohman, A., Kuwat, T., Retno, S., Sismindari, Yuni, E., & Tridjoko, W. (2012). Fourier Transform Infrared Spectroscopy diterapkan untuk analisis cepat lemak babi dalam minyak sawit. *Penelitian Makanan Internasional*, 19(3),



1161–1165.

- Rowe, R. C., Sheskey, P. J., & Quinn, M. E. (2009). Handbook of Pharmaceutical Excipient. In *Pharmaceutical Press: Vol. E.28*.
- Safitri, D., Rahim, E. A., Prismawiryanti, P., & Sikanna, R. (2017). Sintesis Karboksimetil Selulosa (CMC) Dari Selulosa Kulit Durian (*Durio zibethinus*). *Kovalen*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.22487/j24775398.2017.v3.i1.8234>
- Salama, A., Etri, S., Mohamed, S. A. A., & El-Sakhawy, M. (2018). Carboxymethyl cellulose prepared from mesquite tree: New source for promising nanocomposite materials. *Science Direct*, 189, 138–144. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.02.016>
- Salimi, Y. K., Hasan, A. S., & Botutihe, D. N. (2021). Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose (CMC) dari Selulosa Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*) dengan Media Reaksi Isopropanol Etanol. *International Conference on Advance Material and Practical Nanotechnology (ICAMPN)*, 3(1), 1–11.
- Sari, H. P., Purwanto, Y. A., & Budiastara, I. W. (2016). Pendugaan Kandungan Kimia Mangga Gedong Gincu Menggunakan Spektroskopi Inframerah Dekat. *Jurnal Agritech*, 36(03), 294. <https://doi.org/10.22146/agritech.16599>
- Sarumaha, G. E., & Muchtar, Z. (2022). Synthesis and Characterization of  $\alpha$ -Cellulose from Young Coconut Coir (*Cocos nucifera* L.). *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology*, 05, 28–30.
- Schaude, C., Fröhlich, E., Meindl, C., Attard, J., Binder, B., & Mohr, G. J. (2017). The Development of Indicator Cotton Swabs for The Detection of pH in Wounds. *MDPI*, 17(6). <https://doi.org/10.3390/s17061365>
- Shihab, M. Q. (2012). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 10. In *Lentera*. Lentera Hati.
- Soebyakto, Sidiq, M. F., & Samyono, D. (2016). Nilai Koefisien Viskositas Diukur Dengan Metode Bola Jatuh Dalam Fluida Viskos. *Journal of Engineering Universitas Pancasakti Tegal*, 13(2), 7–10.
- Stuart, B. H. (2005). Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. In *Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications*. <https://doi.org/10.1002/0470011149>
- Subhedar, P. B., & Gogate, P. R. (2013). Alkaline and ultrasound assisted alkaline pretreatment for intensification of delignification process from sustainable raw-material. *Ultrasonics Sonochemistry*, 21(1), 216–225. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2013.08.001>
- Supranto, S., Tawfieurrahman, A., & Yunanto, D. E. (2015). Sugarcane bagasse

conversion to high refined cellulose using nitric acid, sodium hydroxide and hydrogen peroxide as the delignificating agents. *Journal of Engineering Science and Technology*, 10(October), 35–46. <https://doi.org/10.13140/2.1.5063.2641>

- Thoriq, M., Irmawati, M., & Darmalaksana, W. (2022). Landasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Dunia Muslim: Studi Kritik Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8(7965), 73–92.
- Tufan, M., Uraz, E., Tosun, C., & Gercel, H. (2016). Sintesis dan Karakterisasi Karboksimetil Film Selulosa dari Pistachio Shells. *Jurnal Internasional Kemajuan Dalam Sains, Teknik Dan Teknologi*, 4, 153–155.
- Wardhani, I. Y., Surjokusumo, S., Sudo, Y., & Nugroho, N. (2004). Distribusi Kandungan Kimia Kayu Kelapa (*Cocos nucifera* L.). *J. Ilmu & Teknologi Kayu Tropis*, 2(1), 1–61.
- Wijayani, A., Ummah, K., & Tjahjani, S. (2010). Karakterisasi Karboksimetil Selulosa (CMC) dari Eceng Gondok (*Eichornia crassipes* (Mart) Solms). *Indonesian Journal of Chemistry*, 5(3), 228–231. <https://doi.org/10.22146/ijc.21795>
- Wiratmaja, I., Wijaya Kusuma, I., & Suprpta Winaya, I. (2011). Pembuatan Etanol Generasi Kedua Dengan Memanfaatkan Limbah Rumput Laut *Eucheuma Cottonii* Sebagai Bahan Baku. *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, 5(1).
- Zani'ah, C. (2020). Sintesis Dan Karakterisasi Sodium Carbpxymethyl Cellulose (CMC-Na) Dari Ampas Tebu Sebagai Alternatif Bahan Baku Cangkang Kapsul. *Skripsi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 1–137.
- Zulfikar, A., Putri, N. P. S. N. K., & Tajalla, G. U. N. (2020). Studi Pengaruh Waktu Alkalisasi pada Ekstraksi Selulosa Berbasis Serat Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*). *SPECTA Journal of Technology*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.35718/specta.v4i2.182>
- Zulharmitta, Maryani, S., & Rasyid, R. (2012). Pembuatan Natrium Karboksimetil Selulosa (Na CMC) Dari Batang Rumput Gajah (*Pennisetum purpureum* Schumach). *Jurnal Farmasi Higea*, 4(2), 92–99.
- Zuraida, I. (2016). Sintesis Karboksimetil Selulosa dari Mikrokristalin Selulosa Kayu Sengon (*Paraserianthes Falcataria* (L.) Nielsen) dengan Pelarut Campuran Isopropanol-Etanol. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 1–51.



## Lampiran 1. Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No. A.081/KEPK/PROK/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Tasya Nurghaby Firdaus  
 Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

"Sintesis dan Karakterisasi Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC) dari Selulosa Batang Kelapa (*Cocos nucifera* L.)"

"Synthesis and Characterization of Sodium Carboxymethyl Cellulose (Na-CMC) from Coconut Trunk Cellulose (*Cocos nucifera* L.)"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Penerapan Manfaat dan Merusak, 4) Risiko, 5) Rujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelajaa, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefit, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 7 Oktober 2022, sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.

This declaration of ethics applies during the period Oct 7, 2022 until Oct 7, 2023

October 7, 2022  
 Professor and Chairperson  
  
 Dr. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes.

## Lampiran 2. Hasil Determinasi Tanaman



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
LABORATORIUM BIOLOGI**

Alamat : Kampus Pungmahanjung Jl. Dg. Tenri Raya  
Tl. 40111 40610 Fax. (0411) 541504 Makassar 90224  
Laman : <http://bio.fkip.unm.ac.id/>

---

No : 004SKA/PLAB.BIOLOGI/V/2022 Makassar, 27 September 2022  
 Lamp : 1  
 Hal : Hasil Determinasi/Identifikasi Tumbuhan

Kepada Yth.  
 Tasya Nurqolby Firdaus (NIM: 70100118031)  
 Program Studi Farmasi  
 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Universitas Islam Negeri Alauddin

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil determinasi/identifikasi tumbuhan yang saudara kirimkan ke laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar, sebagai berikut:

No	No. Koleksi	Species	Familia
1	01	<i>Coccoloba mcgregori</i> L. var. <i>raffesiana</i> .	Arecaceae

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Laboratorium Biologi  
 FMIPA/IBBM



**Prof. Oslin Jumadi, S.Si, M.Phil, Ph.D.**  
 NIP. 19701016 199702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
LABORATORIUM BIOLOGI

Alamat : Komplek Pasangannong E. Dg. Tana Raya  
Tlp. (0411) 846033 Fax. (0411) 841504 Makassar 90224  
Laman : <http://bio.fkip.unm.ac.id>

**Deskripsi *Cocos nucifera* L. var. *rubescens*.**


Pohon, tinggi batang mencapai 20 m. Daun majemuk pinnae, terkumpul pada ujung batang (tangkai batang). Buah pelepah, petiolar dan lamina tidak berbulu berbulu. Bunga bulir majemuk yang diliputi oleh spathe, monoesicous, bisexual, aktinomorfi, sepal 3, kecil, berlekatan, petal 3, kecil, bebas, stamen 6, dalam 2 lingkaran, pistillum 3 carpel, 3 rangkai, oval rangkai, ovarium superior. Buah drupe (bata). Biji dengan endosperma relatif besar.

**Klasifikasi *Cocos nucifera* L. var. *rubescens*.**

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Liliopsida
Subclassis	: Arecales
Ordo	: Arecales
Familia	: Arecaceae
Genus	: <i>Cocos</i>
Spesies	: <i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>rubescens</i> .

**Referensi:**

1. Steenis, van C.G.G.J., S. Boenberger, dan P.J. Eyma, 2008. Flora: Untuk Sekolah & Indonesia (Cetakan ke 12). Penerbit: PT Pradnya Paramita, Jakarta.
2. Tjatosoparno, G. 1999. *Zakawani Dambakan (Spermatophyta)*. Galuh: Mada University Press, Yogyakarta.
3. Udil, N.W. & J. Dransfield. 1987. *Genera Palmarum: A Classification of Palms based on the work of H.E. Moore, Jr., L.H. Bailey Hortorium and the International Palm Society*. Lawrence, Kansas: United States.

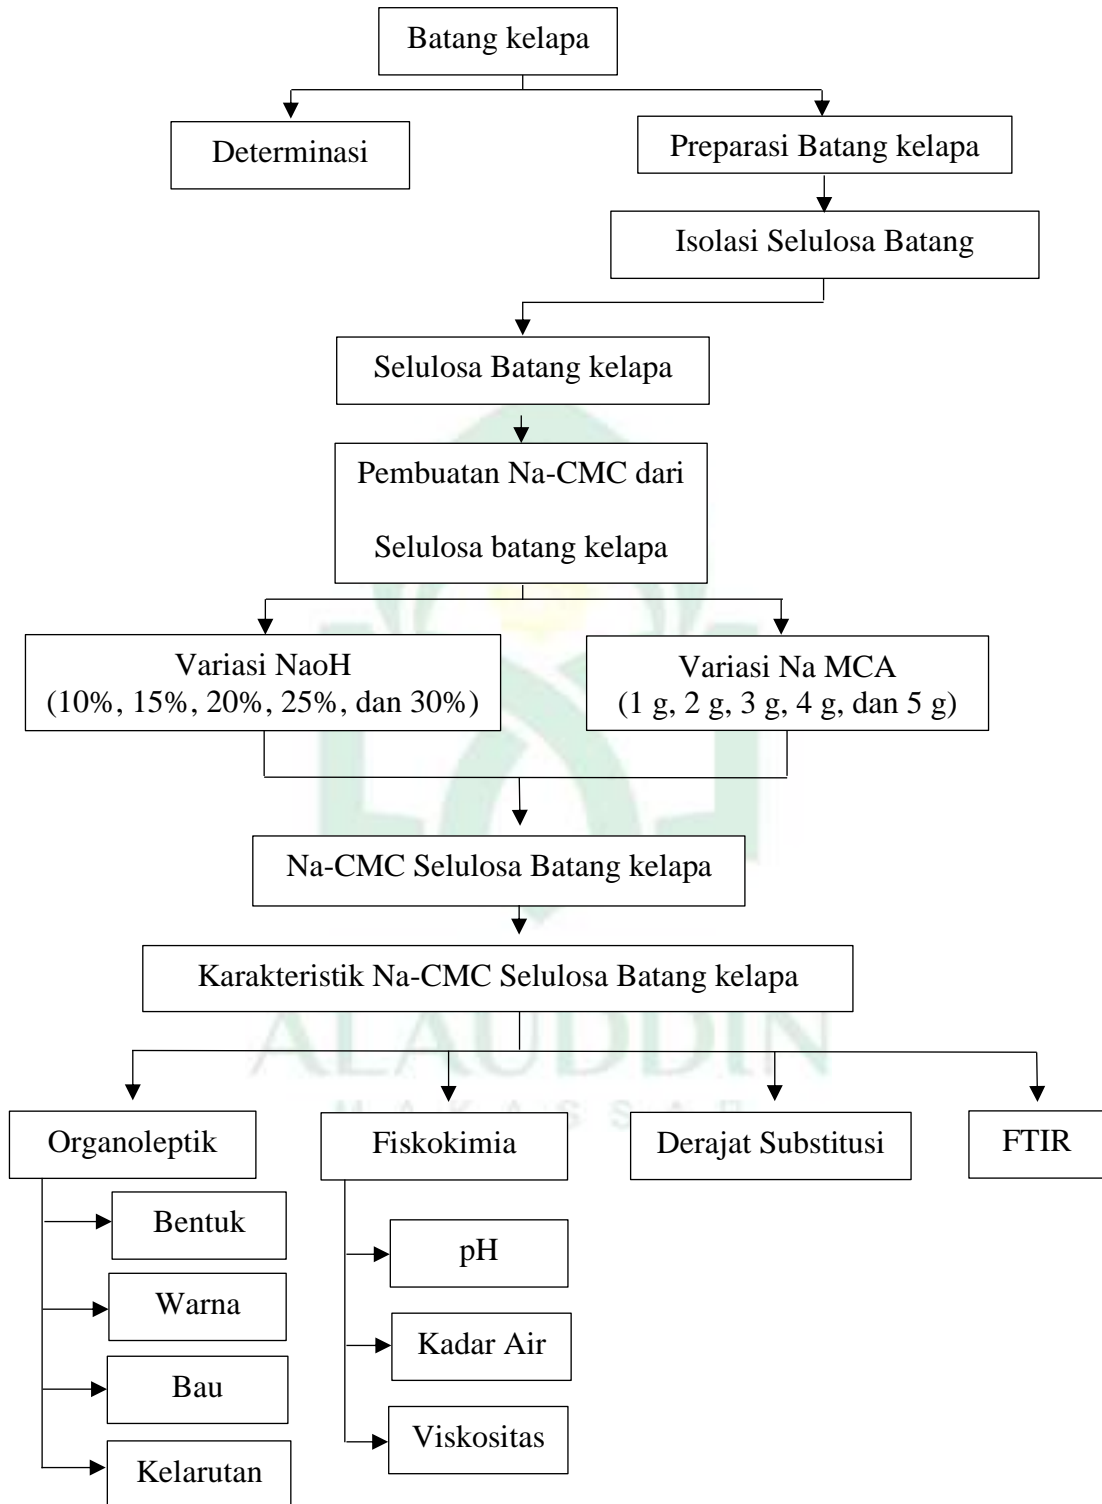**Lampiran 3. Kerangka Konsep**

#### Lampiran 4. Perhitungan dan Pembuatan Larutan Isolasi Selulosa


##### A. Pembuatan HNO<sub>3</sub> 4% 500 mL

$$m_1 \times v_1 = m_2 \times v_2$$

$$65\% \times X = 4\% \times 500 \text{ mL}$$

$$X = \frac{4\% \times 500 \text{ mL}}{65\%}$$

$$X = 30.77 \text{ mL}$$

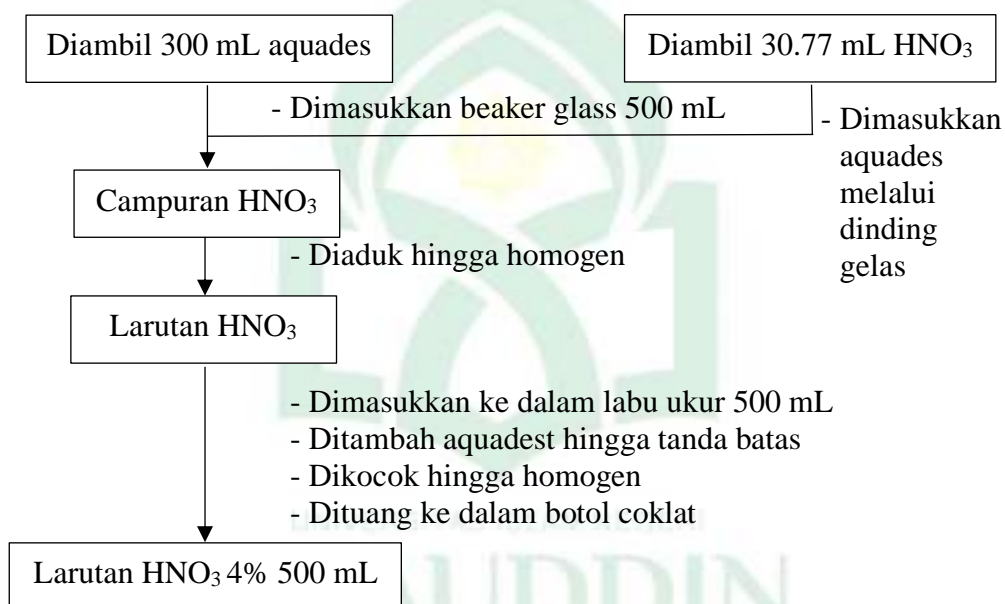


##### B. Pembuatan 2N NaOH 250 mL

$$N = \frac{m}{Mr} \times \frac{n}{Vol}$$

$$2N = \frac{m}{40} \times \frac{1}{0.25 \text{ L}}$$

$$m = \frac{2 \times 40 \times 0.25}{1}$$

$$m = 20 \text{ g}$$

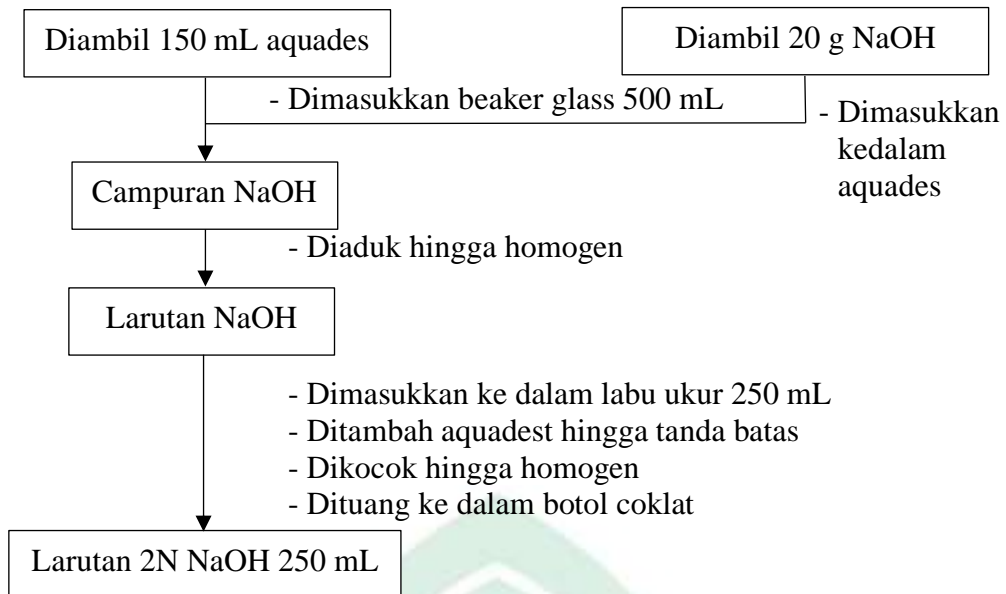


C. Pembuatan H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 15% 500 mL

$$m_1 \times v_1 = m_2 \times v_2$$

$$30\% \times X = 15\% \times 500 \text{ mL}$$

$$X = \frac{15\% \times 500 \text{ mL}}{30\%}$$

$$X = 250 \text{ mL}$$

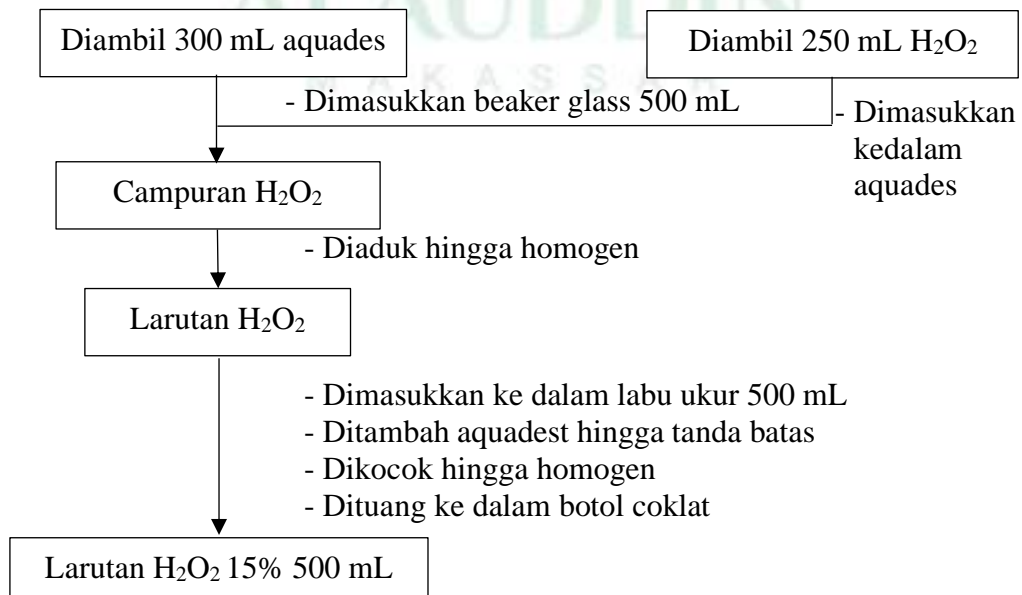


## D. Pembuatan NaOH 17.5% 500 mL

$$\frac{17.5 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{500 \text{ mL}}$$

$$x = \frac{17.5 \text{ g} \times 500 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$x = 87.5 \text{ g}$$

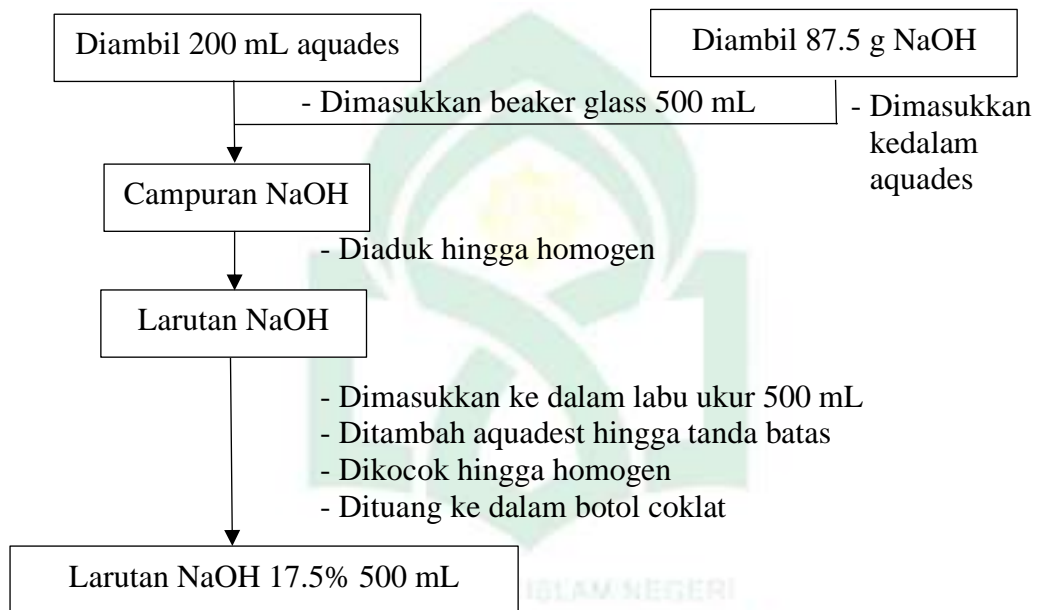


### Lampiran 5. Perhitungan dan Pembuatan Reagen Na-CMC

#### A. Pembuatan NaOH 10% 25 mL

$$\frac{10 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{25 \text{ mL}}$$

$$x = \frac{10 \text{ g} \times 25 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$x = 2.5 \text{ g}$$

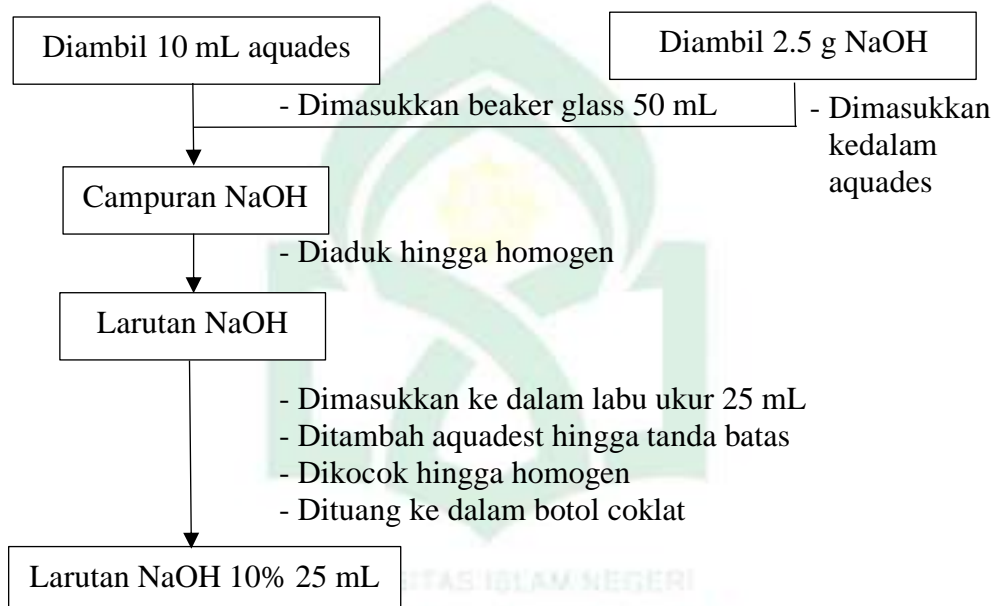


#### B. Pembuatan NaOH 15% 25 mL

$$\frac{15 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{25 \text{ mL}}$$

$$x = \frac{15 \text{ g} \times 25 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$x = 3.75 \text{ g}$$



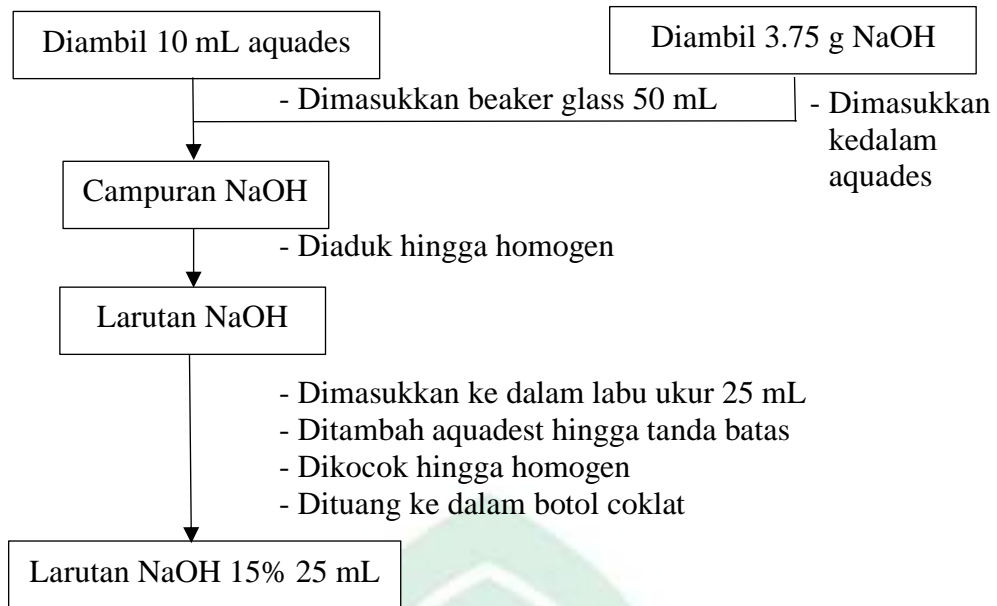


C. Pembuatan NaOH 20% 25 mL

$$\frac{20 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{25 \text{ mL}}$$

$$x = \frac{20 \text{ g} \times 25 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$x = 5 \text{ g}$$

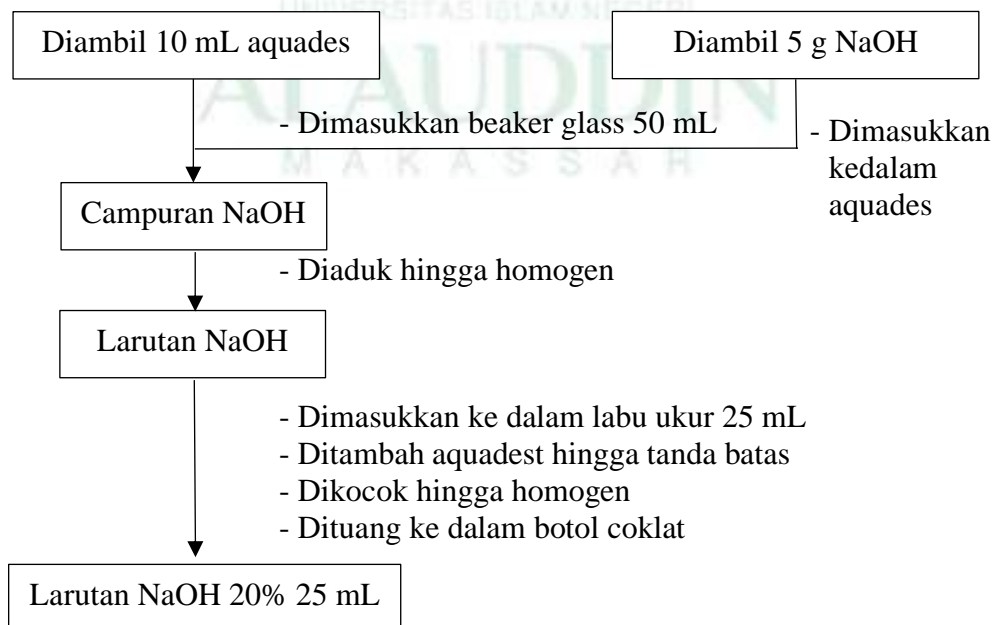


## D. Pembuatan NaOH 25% 25 mL

$$\frac{25 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{25 \text{ mL}}$$

$$x = \frac{25 \text{ g} \times 25 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$x = 6.25 \text{ g}$$

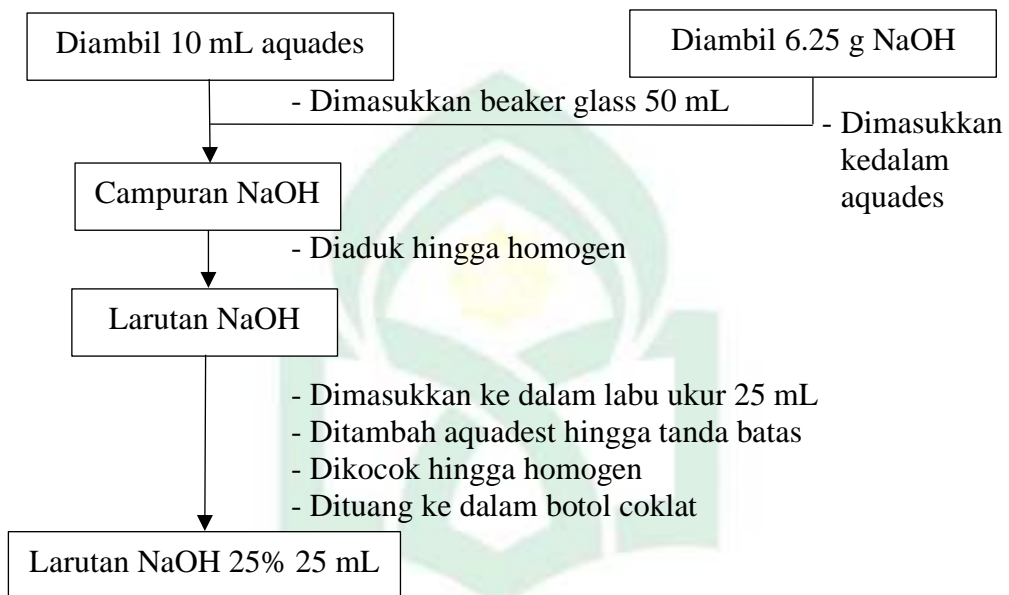


## E. Pembuatan NaOH 30% 25 mL

$$\frac{30 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = \frac{x}{25 \text{ mL}}$$

$$x = \frac{30 \text{ g} \times 25 \text{ mL}}{100 \text{ mL}}$$

$$x = 7.5 \text{ g}$$

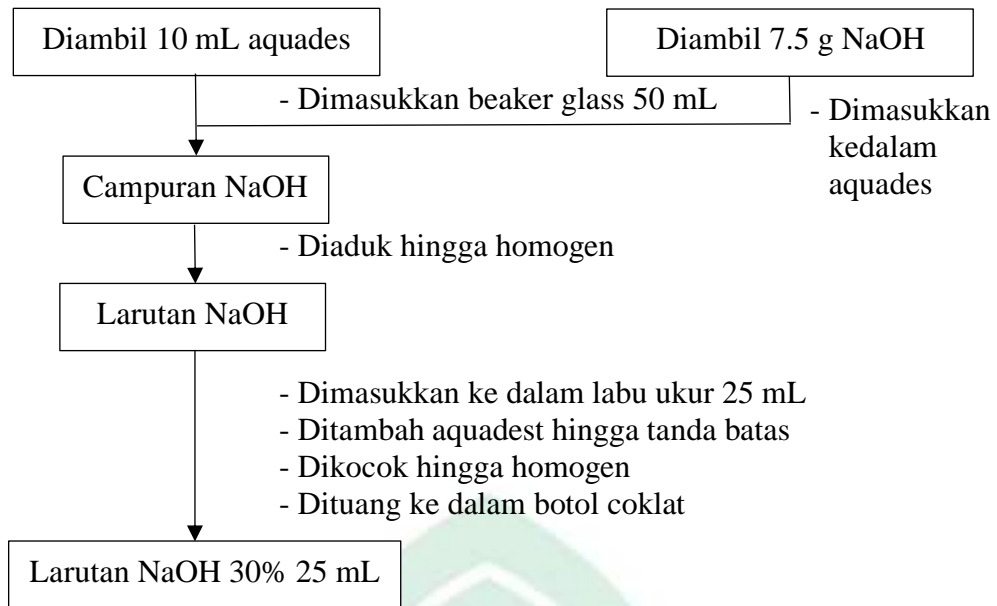

### Lampiran 6. Perhitungan dan Pembuatan Larutan Derajat Substitusi


#### A. Pembuatan HNO<sub>3</sub> 2N 2,5 mL

$$N = \frac{m}{Mr} \times \frac{n}{Vol}$$

$$2N = \frac{m}{63} \times \frac{1}{0.0025 L}$$

$$m = \frac{2 \times 63 \times 0.0025}{1}$$

$$m = 0.315 g$$

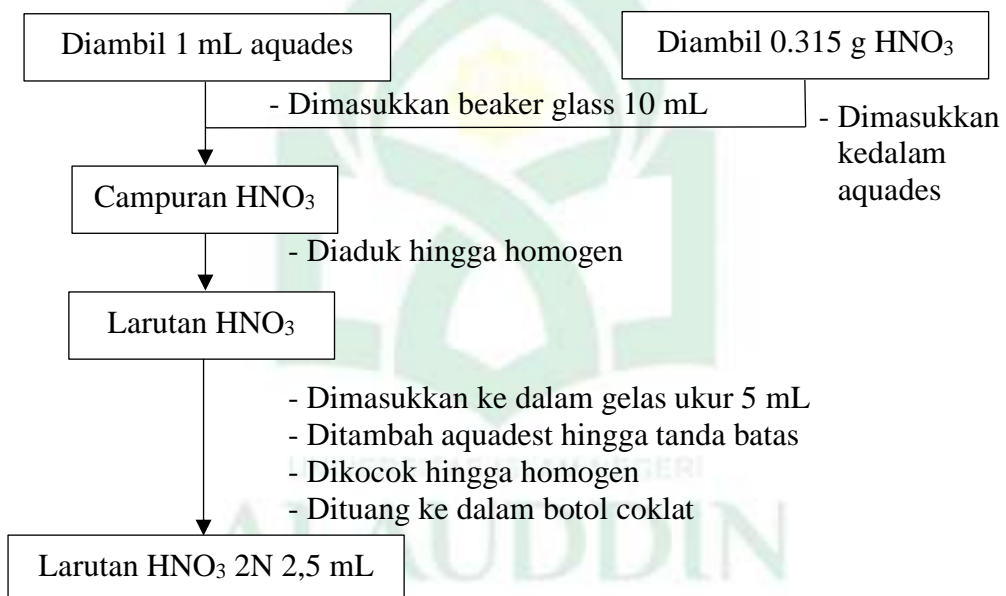


#### B. Pembuatan NaOH 0.3 N 25 mL

$$N = \frac{m}{Mr} \times \frac{n}{Vol}$$

$$0.3 N = \frac{m}{40} \times \frac{1}{0.025 L}$$


$$m = \frac{0.3 \times 40 \times 0.025}{1}$$

$$m = 0.3 g$$

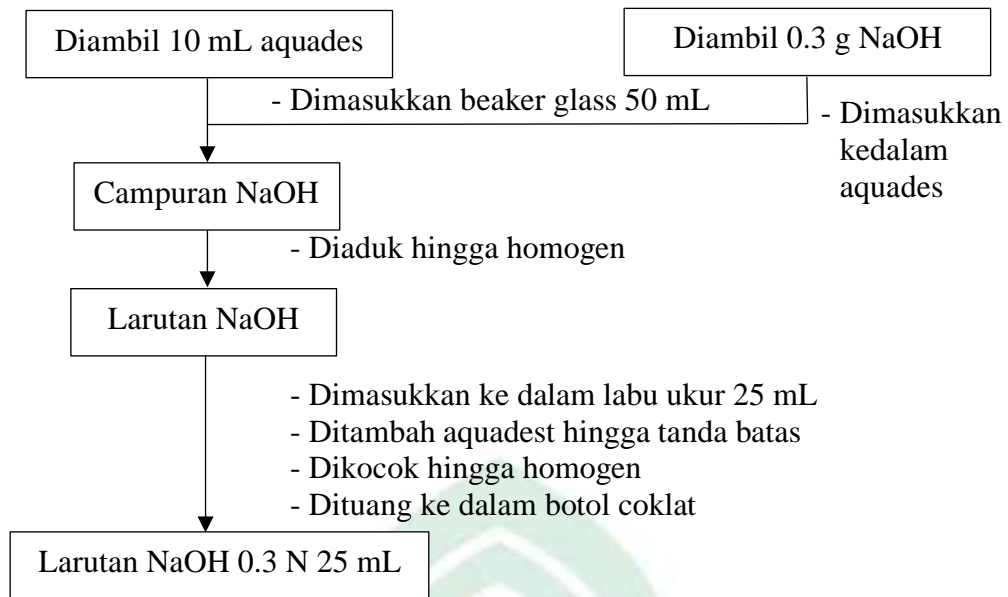


## Lampiran 7. Skema Kerja


### 1. Preparasi Sampel

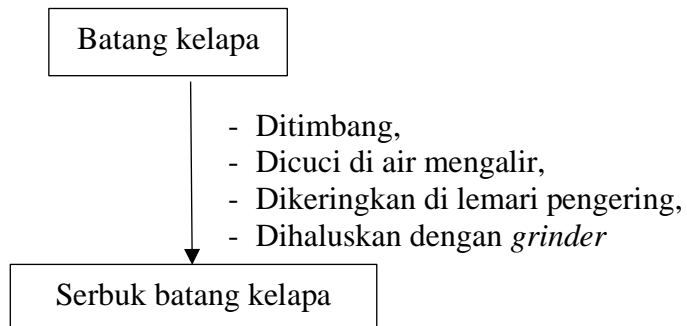

### 2. Isolasi Selulosa

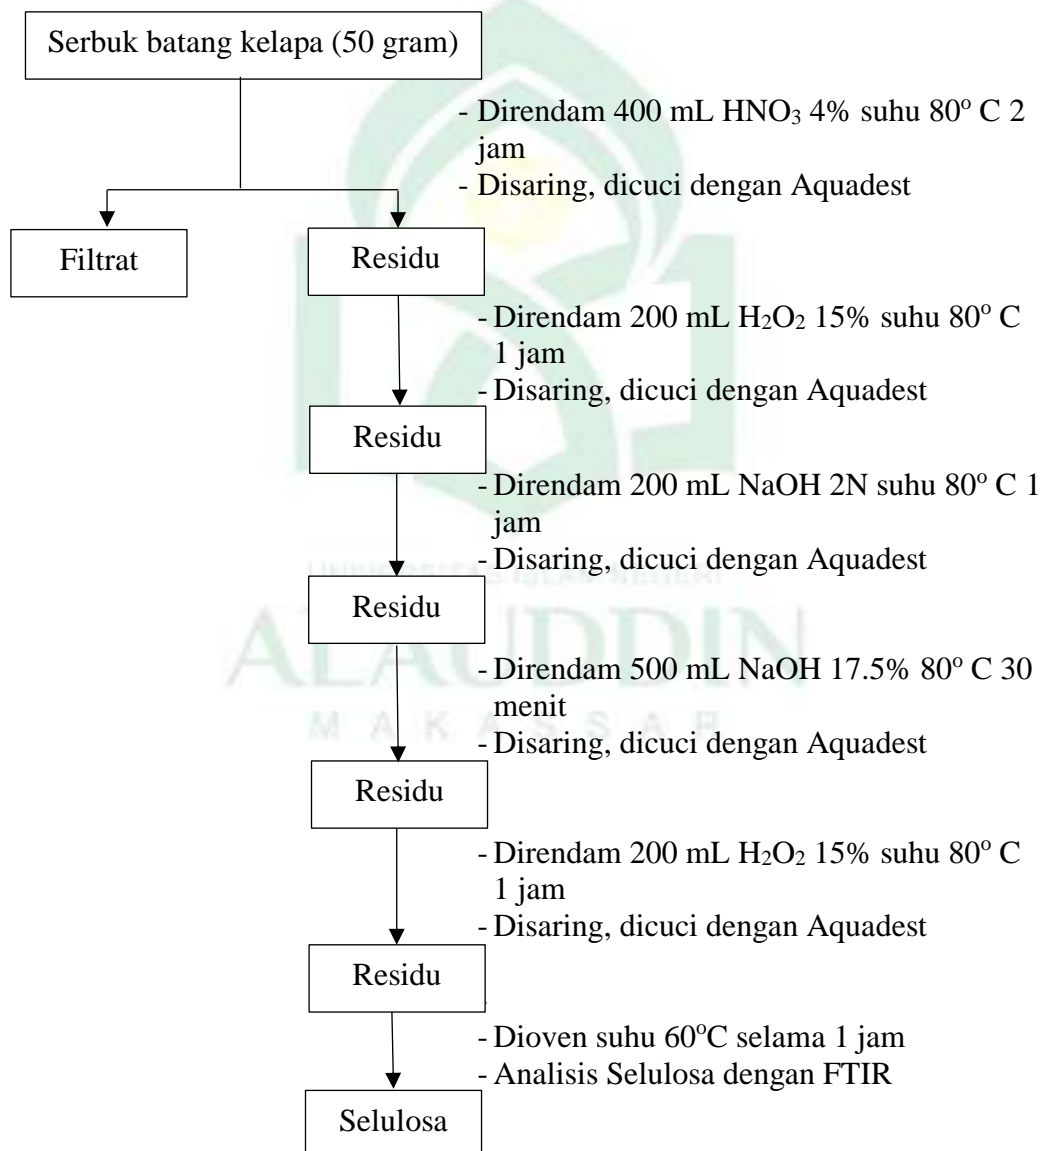


## 3. Pembuatan Na-CMC

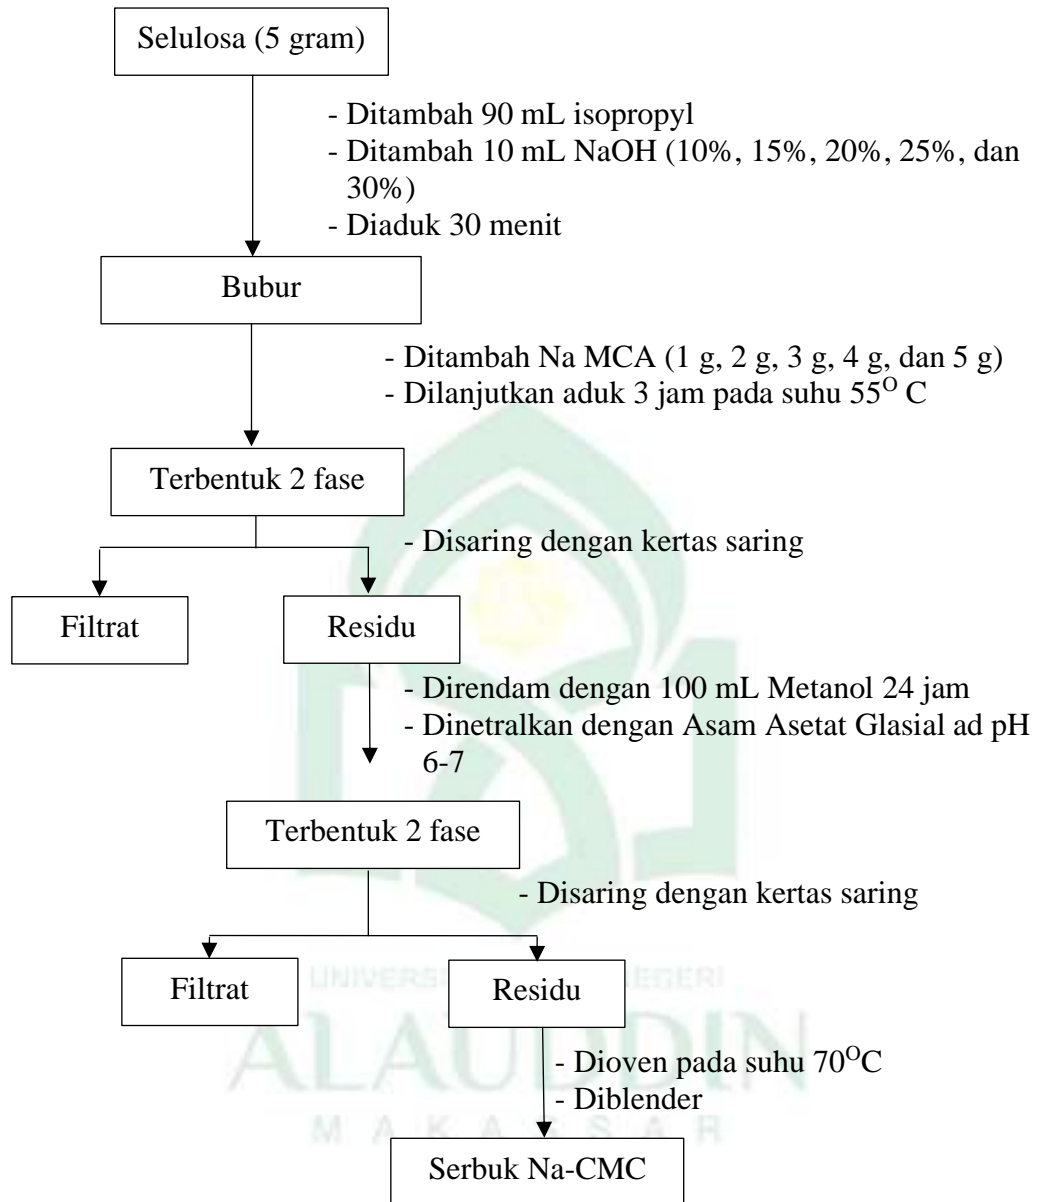

(d disesuaikan dengan variasi NaOH dan Na MCA)


#### 4. Karakteristik Na-CMC

##### a. Organoleptik

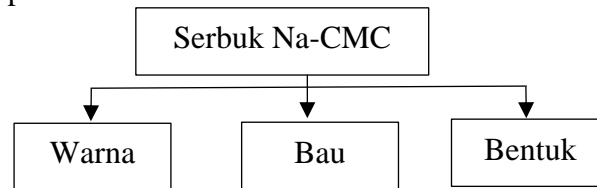

##### b. Kelarutan


###### 1) Kelarutan pada Aquades

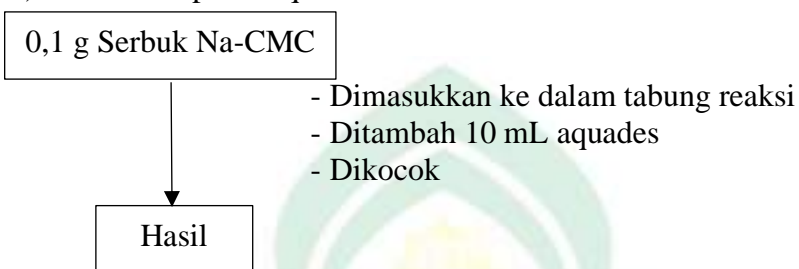

###### 2) Kelarutan pada Etanol




###### 3) Kelarutan pada Dietil Eter

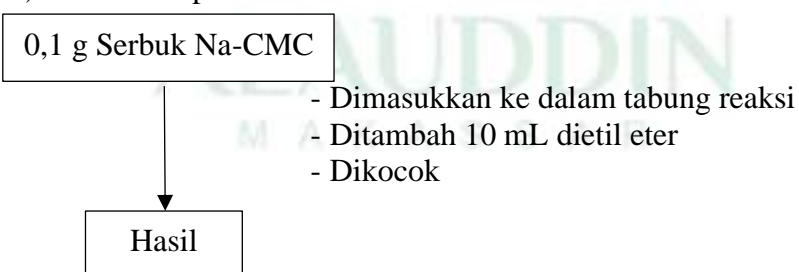


##### c. Fisikokimia

###### 1) pH

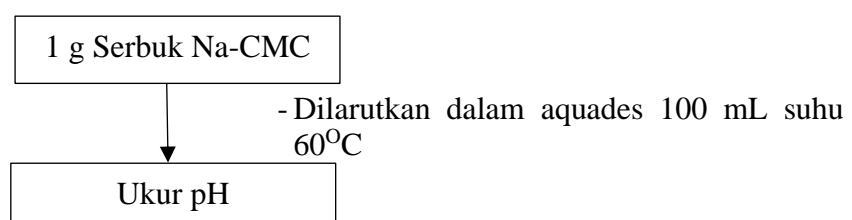





## 2) Kadar air

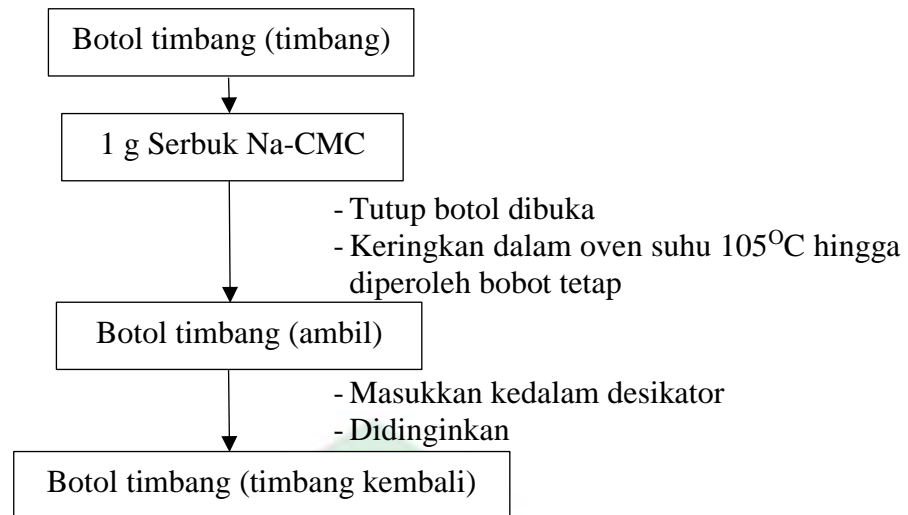


## 3) Viskositas

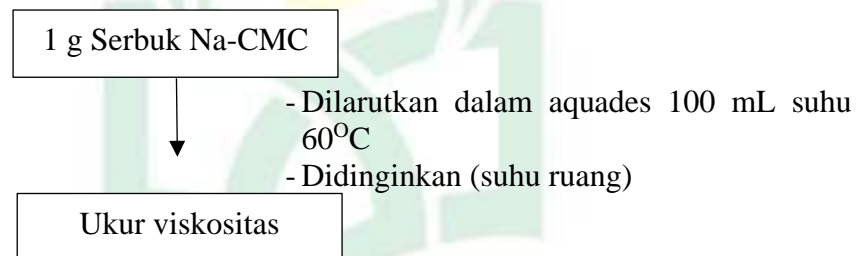


## d. Derajat substitusi

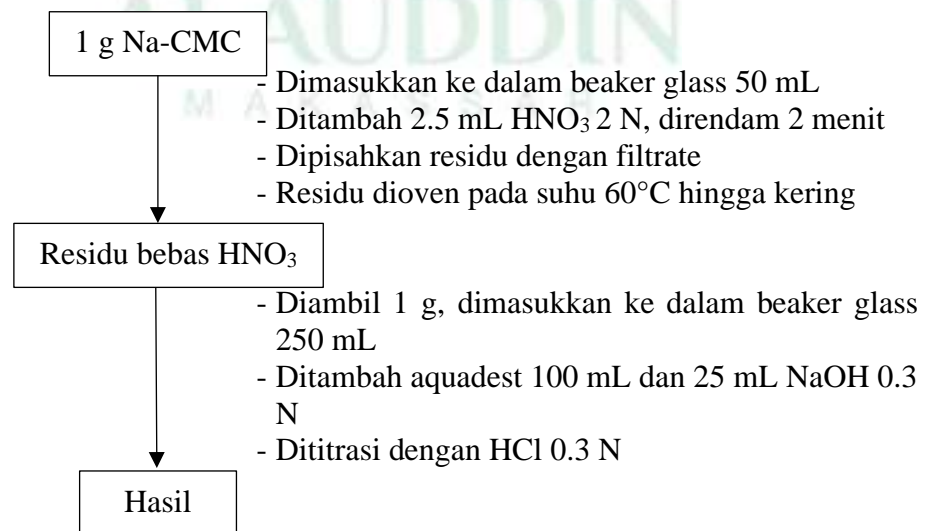

## e. FTIR

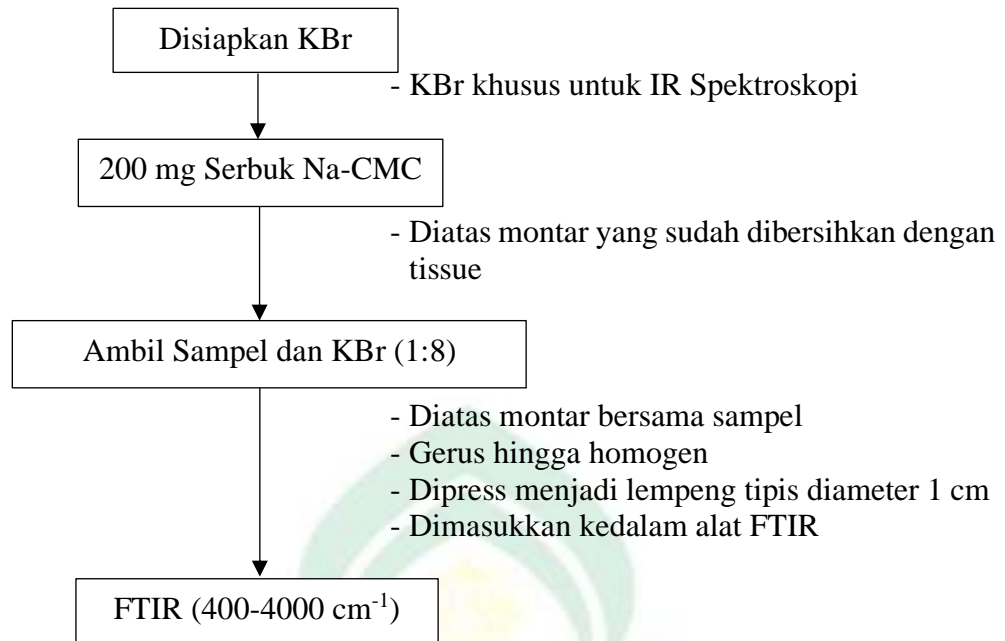

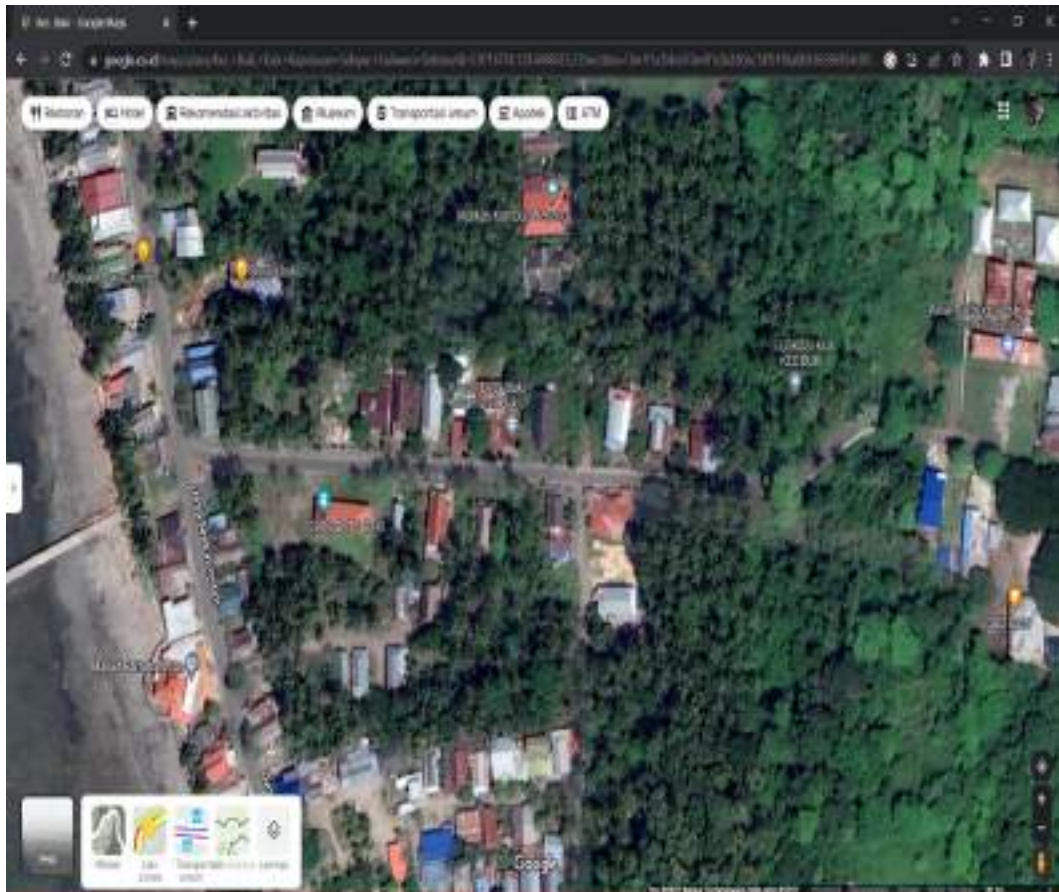**Lampiran 8.** Peta Lokasi Pengambilan Sampel


LINIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**Lampiran 9. Preparasi Sampel**

**Gambar 17.** Hasil Preparasi Sampel A) Tanaman Kelapa, B) Batang Kelapa dipotong, C) Batang Kelapa diperkecil, D) Batang Kelapa dicuci, E) Batang Kelapa dikeringkan dan F) Batang Kelapa setelah dihaluskan




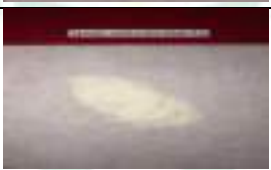


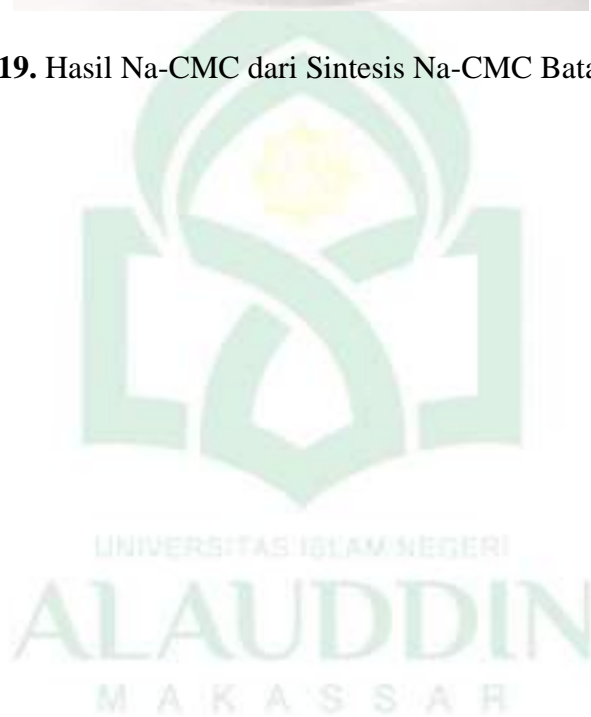

**Lampiran 10. Isolasi Selulosa****Gambar 18.** Hasil Selulosa dari Isolasi Batang Kelapa**Tabel 4.** Hasil Bilangan Gelombang FTIR Selulosa Batang Kelapa dan Selulosa Standart










No.	Nama	Vibrasi C=C ( $\text{cm}^{-1}$ )	Vibrasi C=O ( $\text{cm}^{-1}$ )
1.	Selulosa Standart	1547,34	1715,52
2.	Selulosa Batang Kelapa	1547,21	1715,47

**Lampiran 11. Pembuatan Na-CMC****Gambar 19.** Hasil Na-CMC dari Sintesis Na-CMC Batang Kelapa





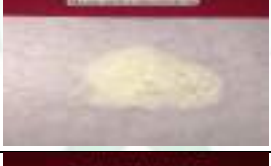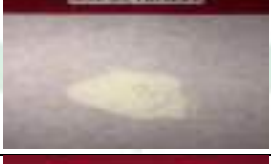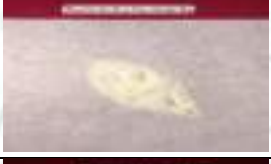




**Lampiran 12. Karakteristik Na-CMC**

**Tabel 5. Hasil Karakteristik Organoleptik Na-CMC**

Konsentrasi NaOH (%) : Na. MCA (g)	Gambar	Warna	Bau	Bentuk
10 : 1		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
15 : 1		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
20 : 1		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
25 : 1		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
30 : 1		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
10 : 2		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
15 : 2		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
20 : 2		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul

25 : 2		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
30 : 2		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
10 : 3		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
15 : 3		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
20 : 3		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
25 : 3		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
30 : 3		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
10 : 4		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
15 : 4		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul




20 : 4		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
25 : 4		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
30 : 4		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
10 : 5		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
15 : 5		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
20 : 5		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
25 : 5		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
30 : 5		Krem	Tidak berbau	Serbuk atau granul
Na-CMC Merck®		Putih sampai krem	Tidak berbau	Serbuk

**Tabel 6.** Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Aquadest

Gambar	Konsentrasi NaOH (%) : Na. MCA (g)
	10 : 1 15 : 1 20 : 1 25 : 1 30 : 1
	10 : 2 15 : 2 20 : 2 25 : 2 30 : 2
	10 : 3 15 : 3 20 : 3 25 : 3 30 : 3
	10 : 4 15 : 4 20 : 4 25 : 4 30 : 4
	10 : 5 15 : 5 20 : 5 25 : 5 30 : 5

**Tabel 7.** Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Etanol 96%

Gambar	Konsentrasi NaOH (%) : Na. MCA (g)
	10 : 1 15 : 1 20 : 1 25 : 1 30 : 1
	10 : 2 15 : 2 20 : 2 25 : 2 30 : 2
	10 : 3 15 : 3 20 : 3 25 : 3 30 : 3
	10 : 4 15 : 4 20 : 4 25 : 4 30 : 4
	10 : 5 15 : 5 20 : 5 25 : 5 30 : 5

**Tabel 8.** Hasil Karakteristik Na-CMC Kelarutan Dietil Eter

Gambar	Konsentrasi NaOH (%) : Na. MCA (g)
	10 : 1 15 : 1 20 : 1 25 : 1 30 : 1
	10 : 2 15 : 2 20 : 2 25 : 2 30 : 2
	10 : 3 15 : 3 20 : 3 25 : 3 30 : 3
	10 : 4 15 : 4 20 : 4 25 : 4 30 : 4
	10 : 5 15 : 5 20 : 5 25 : 5 30 : 5

**Tabel 9.** Hasil Bilangan Gelombang FTIR Variasi Na-CMC dan Na-CMC Merck®

No.	NaOH (%) : Na MCA (g)	Vibrasi -OH (cm <sup>-1</sup> )	Vibrasi -CH (cm <sup>-1</sup> )	Vibrasi C=O (cm <sup>-1</sup> )	Vibrasi C-O (cm <sup>-1</sup> )	Vibrasi C-O-C (cm <sup>-1</sup> )
1	10 : 1	3449,33	2925,38	1599,13	1060,59	913,17
2	15 : 1	3449,60	2925,30	1599,95	1060,21	913,28
3	20 : 1	3449,17	2925,23	1605,35	1060,15	913,25
4	25 : 1	3447,84	2926,78	1598,81	1061,00	914,10
5	30 : 1	3449,36	2925,05	1604,74	1060,04	913,13
6	10 : 2	3449,60	2925,27	1605,27	1059,94	913,37
7	15 : 2	3447,76	2926,11	1599,01	1060,77	898,33
8	20 : 2	3446,21	2926,13	1598,64	1060,77	913,14
9	25 : 2	3448,08	2924,94	1604,97	1060,15	913,35
10	30 : 2	3449,09	2926,77	1600,09	1060,82	913,02
11	10 : 3	3449,54	2925,08	1605,09	1060,04	913,41
12	15 : 3	3449,49	2925,08	1599,95	1060,39	913,34
13	20 : 3	3449,20	2925,86	1600,21	1060,47	913,11
14	25 : 3	3449,50	2926,46	1599,01	1060,89	913,15
15	30 : 3	3449,29	2924,93	1604,59	1060,18	913,20
16	10 : 4	3449,50	2925,03	1606,13	1060,16	913,26
17	15 : 4	3436,00	2925,14	1599,91	1060,62	913,21
18	20 : 4	3447,04	2925,40	1599,97	1060,69	913,28
19	25 : 4	3449,36	2924,57	1605,39	1059,74	913,17
20	30 : 4	3448,04	2926,73	1598,23	1060,72	913,15
21	10 : 5	3448,67	2927,69	1598,46	1060,88	897,82
22	15 : 5	3450,96	2926,21	1606,61	1059,05	913,16
23	20 : 5	3449,62	2926,23	1599,55	1060,60	913,23
24	25 : 5	3449,08	2925,74	1559,90	1060,61	913,18
25	30 : 5	3449,65	2926,35	1599,46	1060,99	913,80
26	Na-CMC Merck®	3449,18	2924,32	1606,06	1059,62	913,16

## RIWAYAT HIDUP



Tasya Nurqolby Firdaus, biasa disapa tasya dan orang terdekat memanggil dengan tasya, dilahirkan di Makassar pada tanggal 07 Maret 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri H. Firdaus, SE dan Dra. Yuliana. Penulis memiliki 1 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki.

Penulis mengawali pendidikan di salah satu Taman Kanak-kanak yaitu TK Aisiyah Busnatul Anfal. Kemudian melanjutkan pendidikan tahun 2006 di SD Muhammadiyah dan menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Unismuh, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMK Farmasi Yamasi dan menyelesaikan pada tahun 2018. Setelah lulus pada jenjang Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.