

**PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI *EDIBLE FILM* DARI NATRIUM  
KARBOKSIMETIL SELULOSA (NA-CMC)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

**PUTRI RIZKI AMANDA**

**NIM : 70100118052**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Rizki Amanda

Nim : 70100118052

Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 15 Mei 1998

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : BTN Minasa Upa Blok G.12

Judul : Pembuatan dan Karakterisasi *Edible film* Dari Natrium  
Karboksimetil Selulosa (Na-CMC)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 31 Maret 2023



Putri Rizki Amanda  
(70100118052)

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pembuatan Dan Karakterisasi Edible Film Dari Natrium Karboksimetil Selulosa” yang disusun oleh Putri Rizki Amanda, Nim: 70100118052, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at yang bertepatan tanggal 31 Maret 2023 M dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 31 Maret 2023 M

9 Ramadhan 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si	(.....)
Penguji I	: apt. Nurshalati Tahar, S.Farm ,M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

  
Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah swt. berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabiullah Muhammad saw. Skripsi yang berjudul “Pembuatan Dan Karakterisasi *Edible film* Dari Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan dan kesulitan, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberi motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, yaitu bapak Imanuddin dan ibu Maudara yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, bantuan, serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Prof. Dr. Wahyuddin Naro, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

5. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10. apt. Surya Ningsi., S.Si., M.Si., selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikan skripsi ini
11. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
12. apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini
13. apt. Nurshalati Tahar. S.Farm., M.Si, Selaku pembimbing akademik dan Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini
14. apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si., M.Si., apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm., Fitril Imani, S.Farm. selaku pelaksana kegiatan ujian akhir

yang telah banyak meluangkan waktu, usaha, dan kerja kerasnya dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti

15. Bapak Ibu Dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah swt. membalas jasa-jasa beliau serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup .....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Definisi Edible Film .....	7
B. Selulosa.....	20
C. Natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC).....	23
D. Zat Pemplastis (Plasticizer) .....	25
E. Mekanisme Pembentuk Edible Film .....	30
F. Proses Pembentukan Film.....	35
G. Pengemasan Produk Pangan Edible Film.....	35
H. Uraian Pemilihan Bahan .....	37
I. Metode Casting .....	39
J. Tinjauan Islam Tentang Ilmu Pengetahuan .....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
D. Sampel .....	44
E. Alat dan Bahan.....	44
F. Metode Kerja .....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Hasil Penelitian .....	48
B. Pembahasan .....	49
BAB V PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN .....	63
RIWAYAT HIDUP .....	77



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 7818:2014.....	11
Tabel 2. Nilai Japanese Industrial Standar (JIS) Tahun 1975 .....	11
Tabel 3. Fungsi Na-CMC dan Konsentrasinya (Shah et al., 2020). .....	29
Tabel 4. Karakterisrik Gliserol (Suryani, 2012).....	33
Tabel 5. Formula Edible Film .....	45
Tabel 6. Hasil Pemeriksaan Organoleptis Edible Film dari Na-CMC.....	48
Tabel 7. Hasil Uji Ketebelan dan pH Edible Film dari Na-CMC.....	48
Tabel 8. Hasil Uji Daya Serap Air Edible Film dari Na-CMC .....	49
Tabel 9. Hasil Uji Daya Tarik dan Pemanjangan Edible Film dari Na-CMC.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Selulosa .....	21
Gambar 2. Rumus Struktur Natrium Karboksi- metil selulosa .....	26
Gambar 3. Hasil Uji Ketebalan Edible film .....	52
Gambar 4. Hasil Uji Daya Serap Air Edible film.....	54
Gambar 5. Hasil Uji Daya Tarik Edible film .....	55
Gambar 6. Hasil Uji Pemanjangan Edible film .....	57
Gambar 7. Pelarutan Na-CMC .....	65
Gambar 8. Massa Edible film Dituang Dalam Cetakan.....	65
Gambar 9. Pengeringan Didalam Oven .....	66
Gambar 10. Formula 1 .....	69
Gambar 11. Formula 2 .....	69
Gambar 12. Formula 3 .....	70
Gambar 13. Formula 4 .....	70
Gambar 14. Formula 5 .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja Edible Film .....	63
Lampiran 2. Proses Pembuatan Edible Film .....	64
Lampiran 3. Alat Pengujian Daya Tarik dan Pemanjangan.....	66
Lampiran 4. Certificate Of Analysis (COA) dari produk bahan baku Na-CMC...	67
Lampiran 5. Hasil Pengeringan Sampel Edible Film .....	68
Lampiran 6. Hasil Uji Organoleptis Edible Film .....	71
Lampiran 7. Perhitungan Daya Serap Air Edible Film .....	72
Lampiran 8. Hasil Pengujian Daya Tarik dan Pemanjangan Edible Film .....	73



## ABSTRAK

**Nama : PUTRI RIZKI AMANDA**

**NIM : 70100118052**

**Judul : PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI EDIBLE FILM DARI  
NATRIUM KARBOKSIMETIL SELULOSA (NA-CMC)**

---

*Edible film* merupakan pengemas makanan yang terbuat dari bahan-bahan alami sehingga ramah terhadap lingkungan, maka *edible film* ini dapat dikonsumsi dan dijadikan sebagai alternatif pengganti kemasan makanan atau obat-obatan berbahan plastik. Penelitian menggunakan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) sebagai bahan baku pembuatan *edible film* dan bertujuan untuk mengkarakterisasi *edible film* berbasis Na-CMC. *Edible film* yang dibuat dengan variasi konsentrasi yaitu 3%,4%,5%,6% dan 10% dengan menggunakan gliserol sebagai plasticizer 2,5 mL dan aquadest sebagai pelarut. Pembuatan *edible film* menggunakan metode casting atau tuang. *Edible film* yang diperoleh kemudian dikarakterisasi yaitu organoleptis, ketebalan, pH, daya serap air, kuat tarik, dan pemanjangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi Na-CMC yang berbeda-beda berpengaruh terhadap karakteristik yang dihasilkan. Hasil terbaik yang memenuhi standarisasi *Japanese Industrial Standard* (JIS) yaitu F2 dengan konsentrasi 4% yang memiliki nilai kuat tarik 0,5392% dan nilai pemanjangan 77,24% dan juga pada F2 memenuhi karakterisasi sebagai *edible film* yang meliputi organoleptis, ketebalan, pH, daya serap air, daya tarik, pemanjangan.

**Kata kunci:** *Edible film*, *Na-CMC*, *gliserol*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## ABSTRACT

**Name** : PUTRI RIZKI AMANDA  
**Student ID** : 70100118052  
**Title** : MANUFACTURE AND CHARACTERIZATION OF EDIBLE FILM FROM SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (NA-CMC)

---

*Edible film* is a food packaging made of ingredients naturally, then *edible film* this can be consumed and used as an alternative to plastic food packaging. This study used sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC) as a raw material for making *edible films* and aimed to characterize Na-CMC based *edible films*. *Edible films* were made with various concentrations of 3%, 4%, 5%, 6% and 10% using 2.5 mL of glycerol as a plasticizer and distilled water as a solvent. Making *edible film* using the *casting* method. The *edible film* obtained were then characterized, namely organoleptic, thickness, pH, water absorption, tensile strength, and elongation. The results of this study indicate that the different concentrations of Na-CMC affect the resulting characteristics. The best results meet JIS standardization, namely F2 with a concentration of 4% which has a *tensile strength* value of 0.5392% and an elongation value of 77.24% and also F2 fulfills the characterization as an *edible film* which includes organoleptic, thickness, pH, water absorption capacity, traction, elongation.

**Keywords:** *Edible film*, *Na-CMC*, *gliserol*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia masuk kedalam peringkat kedua didunia sebagai penghasil sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Plastik merupakan pengemas makanan yang banyak digunakan karena ekonomis, tetapi keberadaan plastik sangat tidak aman karena memiliki beberapa kelemahan yaitu menyebabkan terjadinya transfer senyawa-senyawa dari degradasi polimer, residu pelarut, dan biopolimerisasi ke bahan pangan sehingga dapat menimbulkan resiko toksis. Selain itu plastik juga merupakan bahan yang sukar dirombak secara biologis (*nonbiodegradable*) sehingga banyak mencemari lingkungan. Selain itu yang perlu diperhatikan setelah produksi pangan adalah penyimpanan produk pangan dan salah satu metode penyimpanan bahan pangan yang aman dan bersifat biodegradable. *Edible film* yang merupakan alternatif karena bersifat biodegradable (Ismaya et al., 2021).

*Edible film* adalah pengemas makanan yang aman untuk digunakan karena dapat dimakan dan memiliki sifat biodegradable sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dapat mengurangi jumlah sampah dunia (Kinzel, 1992). *Edible film* adalah lapisan tipis kontinyu yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, diletakkan diantara komponen makanan atau yang berfungsi sebagai barrier terhadap transfer massa (misalnya kelembaban, oksigen, lipid dan zat terlarut), dan sebagai pembawa bahan makanan (Polnaya et al., 2016). *Edible film* dapat diproduksi dari bahan yang memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan

tipis (*film formingability*). Dalam proses pembuatannya bahan pembuat film harus terlarut dan terdispersi dalam suatu pelarut seperti air, alkohol, campuran air-alkohol, atau campuran pelarut lainnya. Dalam pembuatan *edible film* juga dibutuhkan *plasticizer* untuk mengubah sifat fisik dari film. Penambahan *plasticizer* dapat menurunkan ikatan hidrogen intermolekular antar polimer atau kekuatan intermolekular (mengatasi sifat rapuh lapisan film), meningkatkan fleksibilitas film dan menurunkan sifat-sifat penghalang film (Krochta, 1997). Salah satu *plasticizer* yang umum digunakan dalam pembuatan *edible film* yaitu gliserol. Dan pada penelitian ini mencoba untuk mengembangkan alternatif baru dengan material yang berpotensi dapat dijadikan bahan pembuatan *edible film* yaitu Na-CMC.

Na-CMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari selulosa. Na-CMC adalah senyawa turunan selulosa yang dapat larut dalam air. Na-CMC sering digunakan sebagai zat aditif dalam dunia industri seperti industri makanan, farmasi, detergen, tekstil dan produk kosmetik sebagai pengental, penstabil emulsi atau suspensi serta bahan pengikat (Wijaya et al., 2014). Na-CMC digunakan dalam beberapa formulasi sebagai zat penyalut, penstabil, suspending agent, disintegram tablet dan kapsul, pengikat tablet, zat peningkat viskositas dan zat penyerap air. Na-CMC juga banyak digunakan dalam kosmetik, perlengkapan mandi dan produk makanan (Rowe et al., 2009). Penggunaan Na-CMC sebagai bahan dasar pembuatan *edible film* didasarkan pada biaya yang relatif murah dibandingkan dengan bahan lain seperti protein dan lipid, kelimpahan bahan, dapat dimakan (*edible*). Na-CMC sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang tinggi, sehingga *edible film* yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. Penggunaan Na-CMC juga didasarkan pada sifat Na-CMC yang tidak berbau (Tongdeesoontorn et al., 2011).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Na-CMC terhadap karakteristik *edible film*, dengan tujuan menghasilkan *edible film* yang dapat melindungi produk, transparan, memiliki sifat mekanis yang baik, bersifat biodegradable serta dapat dimakan sehingga dapat mengatasi pencemaran lingkungan oleh plastik.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah natrium karboksimetil selulosa dapat dijadikan *edible film* dengan karakteristik yang baik ?
2. Berapa konsentrasi natrium karboksimetil selulosa sebagai bahan baku formulasi *edible film* dengan karakteristik dan mutu yang baik ?
3. Bagaimana karakteristik *edible film* yang dihasilkan oleh natrium karboksimetil selulosa ?

### **C. Defisini Operasional dan Ruang Lingkup**

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Formulasi merupakan perumusan dalam menyusun bentuk sediaan yang baik.
- b. *Edible film* adalah pengemas makanan yang aman untuk digunakan karena dapat dimakan dan memiliki sifat biodegradable.
- c. Na-CMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari selulosa. Na-CMC sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang tinggi, sehingga *edible film* yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban
- d. Karakterisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengenali karakter yang dimiliki *edible film* yang meliputi, pemeriksaan organoleptis, uji ketebalan, uji pH, uji daya serap air, uji daya tarik, dan uji pemanjangan.

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah pembuatan dan karakterisasi *edible film* dari Na-CMC

### D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Furqon Cipta Ismaya, Nurul Hidayati Fithriyah, Tri Yuni Hendrawati. Pada tahun 2020 dengan judul Pembuatan dan Karakterisasi *Edible film* dari Nata De Coco dan Gliserol yang dimana pada penelitian ini menggunakan gliserol sebagai *plasticizer* dan kesimpulan yang didapatkan Penambahan konsentrasi gliserol sebagai *plasticizer* berpengaruh terhadap elongation *edible film* ; semakin banyak gliserol yang ditambahkan maka elongation semakin meningkat dari 1,589% sampai 13,75 %.

Penelitian R. Baskara Katri Anandito, Edhi Nurhartadi, Akhmad Bukhori. Pada tahun 2012 dengan judul Pengaruh Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible film* Berbahan Dasar Tepung Jali. Dimana pada penelitian ini hasil analisis karakteristik fisik dan mekanik *edible film* tepung jali dapat disimpulkan bahwa penambahan gliserol pada *edible film* tepung jali berbanding lurus dengan kelarutan dan ketebalan *edible film* , serta berbanding terbalik dengan permeabilitas *edible film* terhadap uap air. Semakin tinggi konsentrasi gliserol yang ditambahkan pada awalnya akan meningkatkan *elongasi* dan *tensile strength* tetapi pada kondisi tertentu, yaitu saat mencapai titik jenuh, kedua parameter tersebut justru mengalami penurunan.

Penelitian Merilla Stefani Angelina Hadi. Pada tahun 2020 dengan judul Formulasi dan Karakterisasi *Edible film* dari Pati Bonggol Pisang Kepok (Musa Balbisiana Colla) Dengan Polietilen Glikol 400 Sebagai *Plasticizer*, Dimana pada penelitiannya menggunakan konsentrasi pati 5% dan konsentrasi *plasticizer* yang bervariasi dari 1,5 ml, 2ml, dan 2,5ml. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dapat dibuat menjadi *edible film* dan memenuhi karakteristik sebagai *edible film* yang meliputi ketebalan, pH, kadar air, daya tarik, Transmisi uap air, dan *sweling*.

Penelitian Wirongrong Tongdeesoontorn, Lisa J Mauer, Sasitorn Wongruong, Pensiri Sriburi, Pornchai Rachtanapun. Pada tahun 2011 yang berjudul *Effect of carboxymethyl cellulose concentration on physical properties of biodegradable cassava starch-based films* dimana pada penelitian ini menjelaskan Efek konsentrasi CMC dan kelembaban relatif pada sifat fisik film berbasis pati singkong adalah dipelajari. Penambahan CMC ke film pati singkong meningkatkan kekuatan tarik dan mengurangi pemanjangan pada istirahat dari film campuran. Ini dianggap berasal dari kebaikan interaksi antara pati singkong dan CMC.

Nurindra (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Karakterisasi *Edible film* dari Pati Propagul Mangrove Lindur (*Bruguiera gymnorrhiza*) dengan Penambahan *Carboxy Methyl Cellulose* (CMC) sebagai Pemplastis. Dalam penelitian ini digunakan 4% pati protugul yang dilarutkan dalam 25 ml aquades. CMC yang digunakan 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8%, 1% dan 1,2% (v/v). Berdasarkan parameter yang diukur perlakuan terbaik untuk digunakan adalah dengan penambahan CMC 1,2 %. *Edible film* yang dihasilkan memiliki nilai ketebalan 0,0987 mm, laju transmisi uap air 15,7156 g/m<sup>2</sup> /hari, kuat tarik 1,5294 MPa dan pemanjangan putus 12,9614%.

Arifin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Karakteristik Penyalut Edible Gel Lidah Buaya (*Aloe vera*). *Edible film* dalam penelitian ini tidak memiliki rasa pahit, menghasilkan *edible film* yang tidak rapuh, berwarna cerah, dan bertekstur baik, mempunyai ketebalan sebesar 0,076 mm, mempunyai nilai laju transmisi air (WVTR) sebesar 906,65

g/m<sup>2</sup>/24jam dan kuat tarik (Tensile Strength) sebesar 6,3 MPa yang memenuhi syarat penyalut yang baik.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah Na-CMC dapat dijadikan sebagai *edible film* dengan karakteristik yang baik.
- b. Untuk mengetahui konsentrasi Na-CMC sebagai bahan baku pada pembuatan *edible film* dengan karakteristik yang baik.
- c. Untuk mengetahui karakteristik *edible film* yang dihasilkan oleh Na-CMC dengan mutu yang baik.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menghasilkan *edible film* yang dapat melindungi produk makanan, obat-obatan, dan mudah terurai secara alami oleh lingkungan.
- b. Dapat menambah data ilmiah pengetahuan serta gambaran mengenai formulasi *edible film* dari natrium karboksimetil selulosa.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Definisi Edible film*

*Edible film* dapat didefinisikan sebagai bahan pengemas yang telah dibentuk terlebih dahulu dan berupa lapisan tipis (film) sebelum digunakan untuk mengemas produk pangan, atau dapat diartikan *edible film* bertindak sebagai bahan lembaran tipis yang berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai pengemas atau pembungkus produk makanan. Perbedaan antara *edible film* dan *coating* adalah dari proses pengaplikasiannya. *Coating* diaplikasikan dan dibentuk secara langsung pada permukaan bahan pangan, sementara film adalah lapisan tipis yang diaplikasikan setelah sebelumnya dicetak dalam bentuk lembaran (Supeni et al., 2015).

Pengemasan produk pangan merupakan suatu proses pembungkusan dengan bahan pengemas yang sesuai untuk mempertahankan dan melindungi makanan hingga ketangan konsumen, sehingga kualitas dan keamanannya dapat dipertahankan. Salah satu bahan pengemas yang sering digunakan adalah plastik yang selain mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya, penggunaannya juga telah banyak menyumbangkan limbah yang sulit diuraikan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan dan lingkungan memicu kenaikan permintaan kemasan *biodegradable* yang mampu menjamin keamanan produk pangan antara lain melalui pengemasan dengan *edible coating* atau *film*. *Edible film* merupakan suatu lapis tipis yang melapisi bahan pangan yang layak dikonsumsi, dan dapat terdegradasi oleh alam secara biologis. Semua jenis bahan yang digunakan untuk pelapisan atau pembungkus berbagai makanan untuk memperpanjang umur simpan produk yang dapat dimakan bersama dengan

makanan dengan atau tanpa pemindahan lebih lanjut dianggap film yang dapat dimakan. Contoh penggunaan *edible film* antara lain sebagai pembungkus permen, sosis, buah, dan sup kering (Yulianti & Ginting, 2012).

*Edible film* berbentuk lapisan tipis yang dapat dikonsumsi, lapisan pada makanan atau diletakkan sebagai penghalang antara makanan dan lingkungan sekitar. Selama 10 tahun penelitian tentang *edible film* dan coating pada makanan yang dilakukan oleh ahli pangan karena tingginya permintaan kebutuhan konsumen terhadap daya awet dan kualitas yang baik dari makanan yang segar. Contoh yang umum dari pengemasan edible adalah sosis daging yang tidak perlu dibuang bungkusnya ketika dimasak dan dimakan. Film seperti itu dapat melindungi makanan secara mekanik, mencegah kontaminasi dari mikroorganisme, mencegah turunnya kualitas makanan karena perpindahan massa (misal kelembaban, gas, rasa, dan lain-lain). *Edible film* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan komponennya yaitu: hidrokoloid (mengandung protein, polisakarida atau alginat), lemak (asam lemak, acylgliserol atau lilin) dan kombinasi (dibuat dengan menyatukan kedua substansi dari dua kategori) (Skurtys *et al.*, 2011).

Semua jenis bahan yang digunakan untuk pelapisan atau pembungkus berbagai makanan untuk memperpanjang umur simpan produk yang dapat dimakan bersama dengan makanan dengan atau tanpa pemindahan lebih lanjut dianggap film yang dapat dimakan. Contoh penggunaan *edible film* antara lain sebagai pembungkus permen, sosis, buah, dan sup kering (Rodriguez *et al.* 2006). Bahan polimer penyusun *edible film* dibagi menjadi tiga kategori yaitu hidrokoloid, lemak, dan komposit keduanya. Salah satu bahan *edible film* dari golongan hidrokoloid adalah polisakarida yang memiliki beberapa kelebihan, di antaranya selektif terhadap oksigen dan karbondioksida, penampilan tidak berminyak, dan kandungan kalorinya rendah. Di antara jenis polisakarida, pati merupakan bahan

baku yang potensial untuk pembuatan *edible film* dengan karakteristik fisik yang mirip dengan plastik. Sifat fisik yang menentukan kualitas dan penggunaan *edible film* antara lain ketebalan, pemanjangan (*elongation*), dan kekuatan peregangan (*tensile strength*). Ketebalan menentukan ketahanan film terhadap laju perpindahan uap air, gas, dan senyawa volatil lainnya. *Edible film* relatif tahan terhadap perpindahan oksigen dan karbondioksida, namun kurang tahan terhadap uap air. Pemanjangan menunjukkan kemampuan rentang *edible film* yang dihasilkan. Penambahan sorbitol dapat meningkatkan nilai pemanjangan sehingga kerapuhan *edible film* menurun dan permeabilitasnya meningkat (Yulianti & Ginting, 2012).

Fungsi dari *edible film* sebagai penghambat perpindahan uap air, menghambat pertukaran gas, mencegah kehilangan aroma, mencegah perpindahan lemak, meningkatkan karakteristik fisik, dan sebagai pembawa zat aditif. *Edible film* yang terbuat dari lipida dan juga film dua lapis (*bilayer*) ataupun campuran yang terbuat dari lipida dan protein atau polisakarida pada umumnya baik digunakan sebagai penghambat perpindahan uap air dibandingkan dengan *edible film* yang terbuat dari protein dan polisakarida dikarenakan lebih bersifat hidrofobik (Hui, 2006).

Menurut Gontard (1993) *edible film* mempunyai banyak keunggulan jika dibandingkan dengan pengemas sintetik yang tidak dapat dimakan yaitu:

1. Jika film tidak dikonsumsi, film tersebut dapat didaur ulang atau dapat terdegradasi oleh mikroorganisme.
2. Film dapat berfungsi sebagai suplemen gizi pada makanan terutama film yang dibuat dengan bahan dasar yang memiliki kandungan nutrisi tinggi.
3. Film sangat baik digunakan untuk mikro enkapsulasi aroma bahan makanan dan dapat memperbaiki sifat-sifat organoleptik makanan yang dikemas dengan

memberi variasi komponen (pewarna, pemanis, pemberi aroma) yang menyatu dengan makanan.

4. *Film* dapat digunakan sebagai pengemas satuan (individu) untuk bahan makanan yang berukuran kecil seperti kacang, biji-bijian, dan strawberry.

5. *Edible film* dapat diterapkan pada sistem pengemasan berlapis-lapis dengan *edible film* sebagai pengemas bagian dalam dan pengemas nonedible di bagian luar. Kemampuan *edible film* dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut tergantung pada sifat-karakteristiknya.

a. Bahan Baku *Edible film*

Pada umumnya film yang dibuat dari hidrokoloid memiliki sifat mekanis yang baik, namun tidak efisien sebagai penahan uap air karena bersifat hidrofilik. Untuk mengatasi hal tersebut pada pembuatan *edible film* sering ditambahkan bahan *plasticizer*. Plastik edible yang dibentuk dari polimer murni bersifat rapuh sehingga digunakan *plasticizer* untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Selama waktu penyimpanan maupun penggunaannya, plastik edible dapat mengalami perubahan sifat, dan tidak diharapkan berlangsung cepat. Sifat mekanik ini dipengaruhi oleh lama penyimpanan plastik edible. (Krochta *et al.*, 1994).

*Plasticizer* adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer sekaligus meningkatkan fleksibilitas polimer. *Plasticizer* yang digunakan dapat diambil dari golongan poliol. Sorbitol merupakan salah satu golongan poliol selain gliserol dan manitol. Sorbitol merupakan *plasticizer* yang efektif karena memiliki kelebihan mampu untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler sehingga baik untuk menghambat penguapan air dari produk, dapat larut dalam tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer, tersedia dalam jumlah yang banyak, harganya murah dan bersifat non toksik

(Astuti, 2011). Sifat fisik yang menunjukkan kualitas *edible film* antara lain ketebalan, pemanjangan (*elongation*) dan kuat tarik (*tensile strength*). Ketebalan merupakan parameter yang sangat penting dalam *edible film* karena berpengaruh terhadap tujuan penggunaannya yaitu untuk mengemas atau melapisi produk (Jacoeb dkk., 2014).

Adapun nilai standar yang dijadikan acuan dalam melihat dan mengukur kelayakan kuliatas dari suatu edible dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 (Sudarno et al. 2015).

Tabel 1. Nilai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 7818:2014

Karakteristik <i>edible film</i>	Standarisasi Nasional Indonesia
Kuat tarik	24,302 Mpa
Persen Pemanjangan	21 – 220%

Tabel 2. Nilai Japanese Industrial Standar (JIS) Tahun 1975

Karakteristik <i>edible film</i>	Japanese Industrial Standar
Ketebalan	Maks. 0,25 mm
Kuat tarik	Min. 0,392 MPa
<i>Elongasi</i> (Pemanjangan)	Min. 70%

Komponen penyusun *edible film* dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu: hidrokoloid, lipida, dan komposit. Hidrokoloid yang cocok antara lain senyawa protein, turunan selulosa, alginat, pektin, pati, dan polisakarida lainnya. Lipida yang biasa digunakan waxes, asilgliserol, dan asam lemak. Sedangkan komposit merupakan gabungan lipida dengan hidrokoloid (Krochta *et al.*, 1994).

## 1. Hidrokolid

Hidrokolid adalah suatu polimer larut dalam air, yang mampu membentuk koloid dan mampu mengentalkan larutan atau mampu membentuk gel dari larutan tersebut. Akhir-akhir ini istilah hidrokolid yang merupakan kependekan dari koloid hidrofilik ini menggantikan istilah gum karena dinilai istilah gum tersebut terlalu luas artinya. Ada beberapa jenis hidrokolid yang digunakan dalam industri pangan baik yang alami maupun sintetik. Jika ditinjau dari asalnya, hidrokolid tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yaitu hidrokolid utama, hidrokolid utama termodifikasi, dan hidrokolid sintetik. Hidrokolid yang digunakan dalam pembuatan *edible film* adalah protein atau karbohidrat. Film yang dibentuk dari karbohidrat dapat berupa pati, gum (seperti contoh alginat, pektin, dan gum arab), dan pati yang dimodifikasi secara kimia. Pembentukan film berbahan dasar protein antara lain dapat menggunakan gelatin, kasein, protein kedelai, protein whey, gluten gandum, dan protein jagung. Film yang terbuat dari hidrokolid sangat baik sebagai penghambat perpindahan oksigen, karbondioksida, dan lemak, serta memiliki karakteristik mekanik yang sangat baik, sehingga sangat baik digunakan untuk memperbaiki struktur film agar tidak mudah hancur. Polisakarida sebagai bahan dasar *edible film* dapat dimanfaatkan untuk mengatur udara sekitarnya dan memberikan ketebalan atau kekentalan pada larutan *edible film*. Pemanfaatan dari senyawa yang berantai panjang ini sangat penting karena tersedia dalam jumlah yang banyak, harganya murah, dan bersifat nontoksik (Krochta et al., 1994).

## 2. Lipida

Lipida adalah nama suatu golongan senyawa organik yang meliputi sejumlah senyawa yang terdapat di alam yang semuanya dapat larut dalam pelarut-pelarut organik tetapi sukar larut atau tidak larut dalam air. Pelarut organik yang dimaksud adalah pelarut organik nonpolar, seperti benzen, pentana, dietil eter, dan karbon tetraklorida. Dengan pelarut-pelarut tersebut lipid dapat diekstraksi dari sel dan jaringan tumbuhan ataupun hewan. Film yang berasal dari lipida sering digunakan sebagai penghambat uap air, atau bahan pelapis untuk meningkatkan kilap pada produk-produk kembang gula. Film yang terbuat dari lemak murni sangat terbatas dikarenakan menghasilkan kekuatan struktur film yang kurang baik (Krochta et al., 1994).

## 3. Komposit

Komposit film terdiri dari komponen lipida dan hidrokoloid. Aplikasi dari komposit film dapat dalam lapisan satu-satu (*bilayer*), dimana satu lapisan merupakan hidrokoloid dan satu lapisan lain merupakan lipida, atau dapat berupa gabungan lipida dan hidrokoloid dalam satu kesatuan film. Gabungan dari hidrokoloid dan lemak digunakan dengan mengambil keuntungan dari komponen lipida dan hidrokoloid. Lipida dapat meningkatkan ketahanan terhadap penguapan air dan hidrokoloid dapat memberikan daya tahan. Film gabungan antara lipida dan hidrokoloid ini dapat digunakan untuk melapisi buah-buahan dan sayuran yang telah diolah minimal (Krochta et al., 1994).

## 4. Pati

Pati adalah cadangan karbohidrat utama dalam umbi tanaman dan endosperma biji dimana ia ditemukan sebagai butiran, masing-masing biasanya mengandung beberapa juta molekul amilopektin disertai dengan jumlah molekul amilosa kecil yang jauh lebih besar. Amilosa bertanggung jawab atas kapasitas

pembentukan film pati karena sifat linier yang dominan. Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut tersebut adalah amilosa dan fraksi tidak larut disebut amilopektin. Struktur amilosa merupakan rantai lurus D-glukan sedangkan amilopektin terdiri dari rantai bercabang (Mariati, 2001). Pati dalam keadaan murni berwarna putih, mengkilap, tidak berbau, dan tidak berasa. Namun, pada umumnya pati tidak terdapat dalam keadaan murni karena terdapat bahan antara seperti protein dan lemak. Granula pati sedikitnya mengandung tiga komponen yaitu amilosa, amilopektin, dan bahan antara sekitar 5-10%. Amilopektin merupakan komponen pati yang menimbulkan sifat-sifat kristalisasi dan birefringence, yaitu sifat merefleksikan cahaya terpolarisasi apabila granula pati dilihat dibawah mikroskop polarisasi sehingga terlihat kristal gelap terang yang tampak sebagai warna biru-kuning. Sedangkan kandungan amilosa pada pati memberi pengaruh yang nyata terhadap bentuk dan ukuran granula. Amilosa merupakan rantai lurus dari D-Glukan yang dihubungkan dengan ikatan  $\alpha$  1-4. Rantai percabangan mungkin dapat ditemui namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Rantai percabangan akan terbentuk setelah 500 unit glukosa membentuk rantai lurus. Panjang rantai polimer akan berpengaruh terhadap berat molekul amilosa. Rantai polimer sendiri dipengaruhi oleh sumber pati. Rantai amilosa dalam larutan berbentuk melingkar seperti spiral, dan larutan pati dengan iodium akan memberikan warna biru sampai biru tua menandakan keberadaan amilosa. Sifat penting amilosa dibanding dengan amilopektin adalah amilosa lebih mudah keluar dari granula dan memiliki kemampuan lebih mudah untuk berasosiasi dengan sesamanya. Banyaknya amilosa yang terdapat di dalam granula pati disebut kadar amilosa. Amilosa berperan pada proses gelatinisasi dan lebih menentukan karakteristik pasta pati. Pati yang mempunyai amilosa lebih tinggi akan memiliki kekuatan ikatan hidrogen yang lebih besar dan viskositas yang bertambah karena

jumlah rantai lurus yang lebih besar dalam granula, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk gelatinisasi (Suriani, 2008).

Amilopektin merupakan rantai polimer D-Glukosa yang mempunyai rantai lurus dan bercabang. Rantai lurus tersebut dihubungkan dengan ikatan  $\alpha$  1-6, dan mempunyai cabang ikatan  $\alpha$  1-4-D-Glukosa. Titik-titik percabangan amilopektin lebih banyak dibandingkan dengan amilosa, rata-rata setiap 20-25 unit glukosa yang membentuk rantai lurus memiliki titik percabangan (Mariati, 2001). Larutan pati dengan iodium akan membentuk warna merah bata menandakan keberadaan amilopektin. Amilopektin yang memiliki rantai cabang yang panjang memiliki kecenderungan yang kuat untuk membentuk gel selain itu amilopektin juga merupakan komponen pati yang mampu membentuk kristalisasi granula pati. Viskositas amilopektin akan meningkat apabila konsentrasinya dinaikkan (0-3%). Namun, hubungan ini tidak linier sehingga diperkirakan terjadi pengikatan secara acak diantara molekul-molekul cabang (Suriani, 2008). Dalam bentuk aslinya pati merupakan butiran-butiran kecil yang disebut granula. Bentuk dan ukuran granula pati berbeda-beda tergantung dari sumbernya. Granula pati memiliki bentuk semikristal yang terdiri dari unit kristal dan unit amorphous. Unit kristal pati lebih tahan terhadap perlakuan asam kuat dan enzim, sedangkan unit amorphous bersifat labil terhadap asam kuat dan enzim. Granula pati tersusun dari lembaran lapisan-lapisan tipis yang merupakan susunan melingkar dari molekul pati. Lapisan tipis di dalam granula merupakan susunan dari molekul pati yang berantai lurus dan bercabang, susunan tersebut dihubungkan dengan ikatan hidrogen membentuk daerah kristalisasi atau misela. Granula pati tidak larut dalam air dingin, hal ini karena molekul rantai lurus dan bercabang yang tidak berpasangan akan membentuk suatu jaringan yang mempersatukan granula pati (Mariati, 2001; Suriani, 2008).

a. Fungsi *Edible film*

1. Penggunaan edible memberikan keuntungan lingkungan, serta keuntungan biaya dan kenyamanan, lebih konvensional sistem kemasan sintetis.
  2. *Edible film* dan *coating* telah menunjukkan potensi untuk mengendalikan transfer kelembaban, oxygen, lipid, aroma, dan rasa senyawa dalam sistem makanan, dengan hasil peningkatan kualitas makanan.
  3. Tergolong dalam kemasan yang lebih murah dibandingkan dengan kemasan yang lainnya misalnya dibandingkan dengan plastik.
  4. *Edible film* yang dibuat dari hidrokoloid merupakan barrier yang baik terhadap transfer oksigen, karbohidrat, karbon dan lipid. Kebanyakan dari film hidrokoloid memiliki sifat yang baik sehingga sangat baik dijadikan bahan pengemas.
  5. Film hidrokoloid umumnya mudah larut dalam air sehingga sangat menguntungkan dalam penggunaannya (Ahmed et al., 2008).
- a. Dalam pembuatan *edible film* factor yang perlu diperhatikan adalah : suhu, konsentrasi polimer, dan jenis *plasticizer*.
1. Suhu Perlakuan suhu diperlukan untuk membentuk *edible film* yang utuh, tanpa adanya perlakuan panas kemungkinan terjadinya interaksi molekuler sangatlah kecil. Sehingga pada saat film dikeringkan akan menjadi retak dan berubah menjadi potongan-potongan kecil. Perlakuan panas diperlukan untuk membuat pati tergelatinisasi, sehingga terbentuk pasta pati yang merupakan bentuk awal dari *edible film* . Kisaran suhu gelatinisasi pati rata-rata 65°C - 70°C (Khotimah, 2006).
  2. Konsentrasi Polimer Konsentrasi polimer ini sangat berpengaruh, terutama pada sifat fisik *edible film* yang dihasilkan dan juga menentukan sifat pasta yang dihasilkan. Semakin besar konsentrasinya maka jumlah polimer

penyusun matrik film semakin banyak sehingga dihasilkan film yang tebal (Khotimah, 2006).

3. Jenis *Platicizer Plasticizer* ini merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam formula film akan berpengaruh terhadap sifat mekanik dan fisik film yang terbentuk karena akan mengurangi sifat intermolekuler dan menurunkan ikatan hidrogen internal. *Plasticizer* ini mempunyai titik didih tinggi dan penambahan *plasticizer* dalam film sangat penting karena diperlukan untuk mengatasi sifat rapuh film yang disebabkan oleh kekuatan intermolekuler ekstensif (Khotimah, 2006).

b. Karakteristik *Edible film*

Secara umum parameter yang sering digunakan dalam mengukur sifat mekanik *edible film* adalah organoleptis, pH, ketebalan, kuat tarik (*tensile strength*), *elongasi (elongation)*, Daya Serap air.

1. Organoleptis

Uji organoleptis adalah uji untuk melihat kualitas dan stabilitas sediaan seperti bentuk, warna dan bau (Tyas & Meinitasari, 2020).

2. pH

Pengukuran pH *edible film* Na-CMC dilakukan menggunakan kertas pH dengan cara 1g *edible film* dilarutkan dengan aquades hingga 10 ml. (Tyas & Meinitasari, 2020).

3. Ketebalan

Ketebalan merupakan kemampuan *edible film* sebagai pengemas produk. Kenampakan *edible film* yang tebal akan memberikan warna yang tidak transparan (Siskawardani dkk., 2020). Faktor yang dapat mempengaruhi ketebalan pada *edible film* adalah konsentrasi hidrokoloid pembentuk *edible film* dan ukuran cetakan yang digunakan. Semakin tinggi penambahan konsentrasi padatan terlarut, maka

ketebalan film yang terbentuk juga akan meningkat begitupun sebaliknya. Edible film adalah lapisan tipis yang digunakan untuk melapisi produk pangan yang berfungsi untuk menahan laju transmisi uap air dan gas baik oksigen maupun karbondioksida (faktor eksternal). Makin tebal *edible film* maka makin efektif untuk menahan laju faktor eksternal untuk penetrasi kedalam produk pangan dan hal ini berpengaruh terhadap peningkatan umur simpan. Namun ketebalan *edible film* dipersyaratkan oleh Japanese Industrial Standard (JIS,1975) maksimal 0,25mm, jika melebihi batas ini akan menyebabkan *edible film* mudah mengalami keretakan (Krisna, 2011).

#### 4. Kuat Tarik

Pengukuran *tensile strength* atau kuat tarik berfungsi untuk mengetahui besarnya gaya yang dicapai untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap satuan luas area *film* untuk merenggang atau memanjang. Perubahan sifat mekanik ditandai dengan *plasticizer* melemahnya gaya antarmolekul antara rantai makromolekul yang berdekatan. Pengukuran ini untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area *edible film*. Sifat kekuatan tarik bergantung pada konsentrasi dan jenis bahan penyusun *edible film* tersebut. Semakin besar kuat tariknya maka *edible film* tidak mudah patah atau sobek (Purwanti, 2010).

#### 5. Pemanjangan (*Elongasi*)

Pemanjangan *edible film* atau *elongasi* merupakan kemampuan pemanjangan bahan saat diberikan gaya tarik. Nilai *elongasi edible film* menunjukkan kemampuan rentangnya. Kemuluran juga merupakan perubahan panjang maksimum pada saat terjadi peregangan hingga sampel *edible film* terputus. Umumnya penambahan *plasticizer* akan membuat nilai persen kemuluran suatu film meningkat (Siskawardani dkk., 2020). Elastisitas menurun berarti

fleksibilitas film meningkat. Modulus elastisitas merupakan ukuran dasar dari kekakuan (*stiffness*) sebuah film (Wulandari, 2019).

Persen pemanjangan merupakan persentase pertambahan panjang *edible film* setelah mengalami penarikan hingga putus. Persen pemanjangan *edible film* berbanding lurus dengan elastisitas, makin tinggi persen pemajangan makin elastis *edible film*. Produk pangan yang dikemas dengan *edible film* memiliki persen pemanjangan sesuai dengan JIS 1975 akan lebih tahan terhadap kerusakan mekanis seperti tekanan. Persen pemanjangan dipengaruhi oleh komponen plastisizer baik jenis maupun konsentrasi yang digunakan. Makin tinggi konsentrasi plastisizer makin tinggi persen pemanjangan dan sebaliknya (Santoso, 2020).

#### 6. Daya Serap Air

Uji serap atau ketahanan air merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketahanan *edible film* terhadap serap air, pengujian ini dilakukan untuk melihat persen serap yang dimiliki oleh film dan melihat kemampuan plastik dalam melindungi produk dari air (Lazuardi dan Edi, 2013). Pengujian daya serap air penting dilakukan karena *edible film* yang baik adalah *edible film* yang mampu melindungi produk dari air, sehingga nantinya air akan diserap oleh film. Prosedur uji ketahanan air yaitu dengan menimbang berat awal sampel yang akan diuji ( $w_0$ ), kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air suling selama 10 detik. Sampel diangkat dari wadah yang berisi air suling yang terdapat pada permukaan plastik dihilangkan dengan tisu kertas, setelah itu baru dilakukan penimbangan. Prosedur perendaman dan penimbangan dilakukan kembali sampai diperoleh berat akhir sampel konstan (Ban et al., 2005).


## B. Selulosa

Selulosa adalah salah satu polimer yang paling melimpah dan terdapat di segala tempat. Seajuh ini selulosa yang paling banyak dimanfaatkan secara komersial adalah selulosa yang bersumber dari kayu. Selulosa merupakan komponen utama dan sangat penting dalam kayu baik ditinjau dari segi volume maupun dari segi pengaruhnya terhadap sifatsifat kayu. Selain itu selulosa merupakan sepertiga dari jumlah semua bahan yang dihasilkan oleh semua tumbuhan yang berarti bahwa selulosa adalah bahan baku yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selulosa terdapat pada semua tumbuhan tingkat tinggi, pada kebanyakan algae, dan pada beberapa jenis jamur (Eichhorn et al., 2010).

Selulosa mempunyai rumus molekul  $2(C_6H_{10}O_5)_n$ , dengan  $n$  adalah derajat polimerisasi. Panjang suatu rangkaian selulosa tergantung pada derajat polimerisasinya semakin panjang suatu rangkaian selulosa, maka rangkaian selulosa tersebut mempunyai serat yang lebih kuat, lebih tahan terhadap pengaruh bahan kimia, cahaya, dan mikroorganismenya. Rantai selulosa terdiri dari satuan glukosa anhidrida tersusun dalam bentuk fibrilfibril yang saling berikatan melalui atom karbon pertama dan ke empat dengan ikatan  $\beta$ -1,4-glikosidik. Fibril-fibril ini membentuk struktur kristal yang dibungkus oleh lignin sehingga komposisi kimia dan struktur yang demikian membuat kebanyakan bahan yang mengandung selulosa bersifat kuat dan keras membuat bahan tersebut tahan terhadap peruraian secara enzimatik (Fan et al., 1982 dalam Nosya, 2016).

## 1. Struktur dan Komposisi Kimia Selulosa

Menurut Fessenden & Fessenden (1986), suatu molekul tunggal selulosa merupakan polimer lurus dari 1,4- $\beta$ -D-glukosa dimana terdiri dari satuan glukosa anhidrida tersusun dalam bentuk fibril-fibril yang saling berikatan melalui atom karbon pertama dan keempat, seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Selulosa mempunyai rumus molekul  $2(C_6H_{10}O_5)_n$  dengan  $n$  adalah derajat polimerisasi yaitu  $\sim 1500$  dan berat molekul selulosa  $\sim 243.000$  (Rowe et al., 2009).

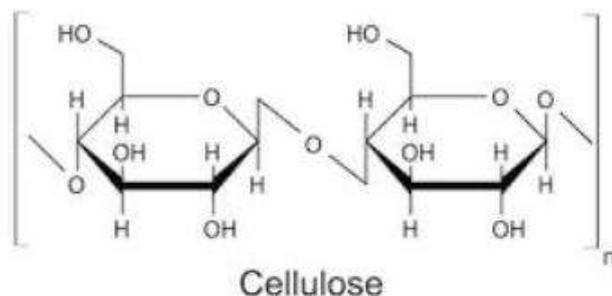

Gambar 1. Struktur Selulosa

## 2. Isolasi Selulosa

Melakukan isolasi selulosa dari kulit kacang tanah dengan cara menghaluskan kulit kacang tanah yang ditambah dengan asam nitrat dan natrium nitrat untuk memisahkan lignin pada temperatur  $90^{\circ}\text{C}$  sebagai proses lignifikasi. Dilanjutkan dengan proses perendaman dan pemanasan menggunakan beberapa reagen seperti natrium hipoklorit, natrium hidroksida, dan aquades sebagai pembersih tahap demi tahap. Penelitian ini menghasilkan produk berupa  $\alpha$ -selulosa yang kemudian dihidrolisis dengan asam klorida untuk menghasilkan mikrokristalin selulosa. Proses pemisahan ikatan hemiselulosa atau dehemiselulosa dilakukan dengan proses perendaman menggunakan asam klorida selama tiga jam

yang kemudian dicuci dengan aquades hingga netral dan selulosa yang diperoleh dikeringkan (Risfidian et al., 2014).

### 3. Sifat – sifat Selulosa

Selulosa adalah suatu bahan bersifat stabil dan tahan terhadap perlakuan bahan kimia. Selulosa dapat dilarutkan dalam cupriethylenediamine, cadoxene, atau dimethyl sulfoxide yang mengandung sedikit paraformaldehyde. Kestabilan selulosa sangat penting artinya di dalam penggunaan kayu dan serabut selulosa tetapi sangat sulit merubah sifat-sifat selulosa. Isolasi selulosa murni dari kayu sangat sulit karena selulosa ini sangat kuat terikat dengan polisakarida lainnya (Sanusi, 2013).

Menurut Nuringtyas (2010), berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutan dalam senyawa NaOH 17,5%, selulosa dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu:

#### a. $\alpha$ -selulosa

$\alpha$ - selulosa (Alpha Cellulose) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan derajat polimerisasi 600-1500 dan merupakan bentuk sesungguhnya yang telah dikenal sebagai selulosa.  $\alpha$ -selulosa dipakai sebagai penentu tingkat kemurnian selulosa. Selulosa  $\alpha$  merupakan kualitas selulosa yang paling tinggi (murni).  $\alpha$ - selulosa >92% memenuhi syarat untuk digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan propelan sedangkan selulosa kualitas lebih rendah digunakan sebagai bahan baku pada industri kertas. Semakin tinggi kadar  $\alpha$ - selulosa, maka semakin baik mutu bahannya.

#### b. $\beta$ -selulosa

$\beta$ - selulosa (Betha Cellulose) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi 15-90, dapat mengendap bila dinetralkan. Jenis dari selulosa ini mudah larut dalam larutan NaOH yang

mempunyai kadar 17,5% pada suhu 20°C dan akan mengendap bila larutan tersebut berubah menjadi larutan yang memiliki suasana asam.

c.  $\gamma$ -selulosa

$\gamma$ - selulosa (Gamma cellulose) adalah sama dengan  $\beta$ - selulosa, tetapi derajat polimerisasinya kurang dari 15. Selulosa jenis ini mudah larut dalam larutan NaOH yang mempunyai kadar 17,5% pada suhu 20°C dan tidak akan terbentuk endapan setelah larutan tersebut dinetralkan.

#### 4. Kegunaan Selulosa

Selulosa terdapat pada sebagian besar dalam dinding sel dan bagianbagian berkayu dari tumbuhan. Selulosa mempunyai peran yang menentukan karakter serat dan memungkinkan penggunaannya dalam pembuatan kertas (Surest, 2010).

Turunan selulosa telah digunakan secara luas dalam sediaan farmasi seperti etil selulosa, metil selulosa, karboksimetil selulosa, dan dalam bentuk lainnya yang digunakan dalam sediaan oral, topikal, dan injeksi. Sebagai contoh, karboksimetil selulosa merupakan bahan utama dari Seprafilm™, yang digunakan untuk mencegah adesi setelah pembedahan. Baru-baru ini, penggunaan selulosa mikrokrystal dalam emulsi dan formulasi injeksi semi padat telah ada. Penggunaan bentuk-bentuk selulosa dalam sediaan disebabkan sifatnya yang inert dan biokompatibilitas yang sangat baik pada manusia (Jackson et al., 2011).

#### C. Microcrystalline Cellulose (MCC)

Microcrystalline cellulose (MCC) merupakan blok kristal yang berdampingan dengan blok amorf secara acak di sepanjang serat selulosa (Lee et al., 2014). Hilangnya blok amorf dapat mempengaruhi struktur kristalinitas serat, stabilitas suhu, dan morfologi selulosa (Nosya, 2016).

MCC merupakan selulosa yang mengalami proses hidrolisis dengan asam dan umumnya memiliki diameter 1-100  $\mu\text{m}$  dengan persentase kristalin sebesar

55%-85%. Pada dinding sel tanaman hidup, mikrokristal selulosa memiliki peran utama dalam struktur dinding sel serta memberikan kekuatan sehingga kokoh. Peran ini dapat dimanfaatkan untuk diaplikasikan pada berbagai produk buatan manusia dengan cara memanfaatkan mikrokristal selulosa sebagai peningkat kualitas bahan dan untuk produksi bahan ramah lingkungan (Nosya, 2016).

MCC merupakan bahan tambahan penting di bidang farmasi, makanan, kosmetik, dan industri lainnya. Dalam bentuk serbuk, MCC sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan tablet terutama untuk tablet kompresi langsung. Pembuatan tablet dengan kompresi langsung semakin banyak dilakukan karena memiliki banyak keuntungan seperti: tidak menggunakan proses granulasi, memberikan ukuran partikel yang seragam, dan membuat tablet lebih stabil dalam waktu yang lama, serta menguntungkan dari segi ekonomi (Ohwoavworhwa et al., 2010).

Selulosa dapat dibuat menjadi MCC, yaitu dengan melarutkan selulosa dalam larutan alkali kuat maka akan diperoleh selulosa yang hampir murni yang dikenal dengan  $\alpha$ -selulosa dan dengan merendam  $\alpha$ -selulosa dengan asam, kemudian dihaluskan secara mekanik akan didapat mikrokristalin selulosa (Ohwoavworhwa et al., 2010). Diperolehnya  $\alpha$ -selulosa adalah dari perendaman holoselulosa dengan larutan NaOH 17,5% yang akan melarutkan  $\gamma$ -selulosa dan  $\beta$ -selulosa sehingga terpisah dengan  $\alpha$ -selulosa yang tidak larut dalam NaOH 17,5% (Zulharmita et al., 2012).

#### D. Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC)


##### 1. Deskripsi Na-CMC

Natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) merupakan turunan selulosa yang paling banyak digunakan pada berbagai industri, seperti industri makanan, farmasi, detergen, tekstil, dan produk kosmetik sebagai pengental, penstabil emulsi atau suspensi, serta bahan pengikat (Wijayani et al., 2005).

Na-CMC yang memiliki gugus natrium ini berwarna putih hingga hampir putih, tidak berbau dan berasa, bubuk granular serta bersifat higroskopis setelah pengeringan. Praktis tidak larut dalam aseton, etanol (95%), eter, dan toluena. Mudah terdispersi dalam air pada semua suhu, membentuk larutan koloid jernih. Kelarutan dalam air bervariasi tergantung pada derajat substitusi. Viskositas larutan Na-CMC memiliki nilai 5-2000 mPa (5-2000 cP). Peningkatan konsentrasi menghasilkan peningkatan viskositas larutan. Larutan kental Na-CMC stabil pada pH 4-10. Nilai pH optimum adalah netral (Rowe et al., 2009).

Penambahan Na-CMC sebagai bahan pengental, memiliki tujuan untuk membentuk sistem dispersi koloid dan meningkatkan viskositas larutan. Viskositas dari Na-CMC dipengaruhi oleh pH larutan, dengan kisaran pH 5-11. Apabila pH larutan <3, maka Na-CMC akan mengendap. Viskositas Na-CMC juga dapat bersifat *reversible* apabila terjadi pemanasan, Na-CMC akan mudah mengendap. Dengan adanya Na-CMC ini maka partikel-partikel yang tersuspensi akan terperangkap dalam sistem tersebut atau tetap tinggal ditempatnya dan tidak mengendap oleh pengaruh gaya gravitasi. Mekanisme bahan pengental dari Na-CMC mengikuti bentuk konformasi *extended* atau *stretched Ribbon* (tipe pita). Tipe tersebut terbentuk dari 1,4-Dglukopiranosil yaitu dari rantai selulosa. Bentuk konformasi pita tersebut karena bergabungnya ikatan geometri zig-zag monomer dengan jembatan hydrogen dengan 1,4-Dglukopiranosil lain, sehingga

menyebabkan susunannya menjadi stabil. Na-CMC yang merupakan derivat dari selulosa memberikan kestabilan pada produk dengan memerangkap air dengan membentuk jembatan hidrogen dengan molekul Na-CMC yang lain (sirosiris, 2013). Kadar Na-CMC >90% diklasifikasikan sebagai mutu 1 dan digunakan dalam industri makanan, obat-obatan dan kosmetik, sedangkan untuk kemurnian <90% digunakan untuk industri detergen, pasta gigi, dan petroleum (Wijayani A. dkk, 2005).

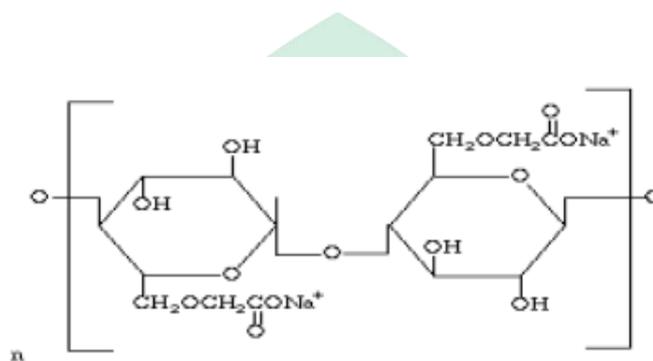

Gambar 2. Rumus Struktur Natrium Karboksi- metilselulosa

Pada proses pembuatan Na-CMC meliputi dua tahap utama, yaitu alkalisasi dan karboksimetilasi. Kedua tahap ini dapat berlangsung dalam bentuk padatan atau dalam suatu media lain berupa air atau pelarut organik. Proses alkalisasi dalam media air akan menghasilkan CMC yang kurang homogen, sehingga nilai DS dari CMC yang dihasilkan rendah serta memiliki viskositas yang rendah pula. Alkalisasi dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH yang bertujuan untuk mengaktifkan gugus-gugus -OH pada molekul selulosa dan mengembangkan selulosa. Pengembangan selulosa ini dapat memudahkan difusi reagen untuk proses selanjutnya, yaitu karboksimetilasi. Proses karboksimetilasi dilakukan dengan menggunakan reagen monokloroasetat (MCA) atau natrium monokloroasetat (Na-MCA). Jumlah Na-MCA yang digunakan berpengaruh terhadap substitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa. Selain itu, penggunaan pelarut organik dalam reaksi karboksimetilasi adalah untuk menyediakan aksesibilitas reagen eterifikasi ke

pusat-pusat reaksi dari rantai selulosa. Pemilihan media reaksi dengan polaritas kecil akan meningkatkan laju reaksi pembentukan Na-CMC. Dengan tingkat kepolaran media reaksi yang rendah, dapat meningkatkan viskositas Na-CMC karena mempermudah akses reagen eterifikasi kedalam selulosa (Pitaloka et al., 2015).

Na-CMC Selain itu terdapat pula reaksi yang menghasilkan produk samping karena adanya kelebihan NaOH. Kelebihan NaOH yang tidak bereaksi dengan selulosa pada tahap karboksimetilasi akan bereaksi dengan Na-MCA dan menghasilkan natrium glikolat dan NaCl. Semakin banyak NaOH yang ditambahkan akan bertambah pula produk sampingnya. Hal ini akan berpengaruh pada kemurnian CMC yang dihasilkan, dimana semakin banyak produk samping maka kemurnian CMC yang dihasilkan akan semakin berkurang (Wijayani et al., 2005).

## 2. Na-CMC

Pemerian	: Serbuk atau granul, putih sampai krem, higroskopis.
Kelarutan	: Mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloida, tidak larut dalam etanol, eter, dan pelarut organik lain.
Stabilitas	: Larutan stabil pada pH 2-10, pengendapan terjadi pada pH dibawah 2. Viskositas larutan berkurang dengan cepat jika pH diatas 10. Menunjukkan viskositas dan stabilitas maksimum pada pH 7-9. Bisa disterilisasi dalam kondisi kering padasuhu 160 selama 1 jam, tapi terjadi pengurangan viskositas.
Penyimpanan	: Dalam wadah tertutup rapat.
OTT	: <i>Inkompatibel</i> dengan larutan asam kuat dan dengan larutan garam besi dan beberapa logam seperti aluminium, merkuri

dan zink juga dengangom xanthan; pengendapan terjadi pada pH dibawah 2 dan pada saat pencampuran dengan etanol 95%. Membentuk kompleks dengan gelatin dan pektin.

Konsentrasi : 3-6% (Handbook Of Pharmaceutical Exipient edisiVI halaman 120; Farmakope Indonesia Edisi IV halaman 175; Remington edisi 21 halaman1073).

### 3. Kegunaan Na-CMC

Na-CMC dipilih sebagai alternatif dalam pembuatan *edible film* karena penggunaan Na-CMC juga didasarkan pada sifat Na-CMC yang tidak berbau dan Na-CMC merupakan derivat dari selulosa dengan sifat yang dapat mengikat air dan sering digunakan sebagai pembentuk tekstur halus (Sanderson,1981). Kelebihan penggunaan CMC dalam pembuatan *edible film* yaitu dapat membentuk gel yang baik, elastis, dapat dimakan, dan dapat diperbaharui. Na-CMC (Sodium Carboxymethyl Cellulose) sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang tinggi, sehingga *edible film* yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. NaCMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari selulosa (Tongdeesoontorn et al., 2009).

Na-CMC adalah turunan selulosa kelompok karboksimetil. Na-CMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air, air yang sebelumnya ada di luar granula dan bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi dengan bebas sehingga terjadi peningkatan viskositas. Na-CMC biasa digunakan untuk pengental, *stabilisator*, pembentuk gel, dan pengemulsi. Penggunaan Na-CMC dalam ilmu pangan adalah sebagai pengental/pengubah viskositas, serta menstabilkan emulsi pada berbagai macam produk pangan. Macam-macam kegunaan Na-CMC dalam bidang pangan antara lain digunakan sebagai:

1. Pengental pada minuman sari buah
2. Pengental pada pembuatan jelly

Na-CMC juga sangat luas penggunaannya dalam dunia industri antara lain:

- a. Digunakan sebagai campuran eutektik yang mengakibatkan titik beku pada es lebih rendah hal ini biasa digunakan dalam paket es.
- b. Digunakan sebagai pengental untuk produk seperti pasta gigi, sabun krim, dan cat. Produk Na-CMC yang ada di pasaran pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Na-CMC dengan kemurnian 90%, yang digunakan di industri pangan, dan Na-CMC dengan kemurnian 76%, yang digunakan di industri detergen dan pasta gigi (Wijayani et al., 2010).

Berikut adalah konsentrasi Na-CMC yang diperlukan untuk beberapa fungsinya.

Tabel 3. Fungsi Na-CMC dan Konsentrasinya (Shah et al., 2020).

<b>Fungsi</b>	<b>Konsentrasi (%)</b>
<i>Emulsifying agent</i>	0,25-1,0
<i>Gel-forming agent</i>	3,0-6,0
<i>Injeksi</i>	0,05-0,75
<i>Oral solutions</i>	0,1-1,0
<i>Pengikat tablet</i>	1,0-6,0

#### **E. Zat Pemlastis (Plasticizer)**

*Plasticizer* adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk mengurangi kekakuan dari polimer sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. *Plasticizer* larut dalam tiap-tiap rantai polimer sehingga akan mempermudah gerakan molekul polimer dan bekerja menurunkan suhu transisi gelas ( $T_g$ ), suhu kristalisasi atau suhu pelelehan polimer. Pada daerah di atas  $T_g$ , bahan polimer menunjukkan sifat fisik dalam keadaan lunak (*soft*) seperti karet (*rubbery*), sebaliknya di bawah  $T_g$  polimer dalam

keadaan sangat stabil seperti gelas (*glassy*). *Plasticizer* juga akan bekerja sebagai internal lubricants dengan mereduksi gaya (*frictional force*) diantara rantai polimer, dimana karakteristik mekanik dari polimer akan berubah. *Plasticizer* didefinisikan sebagai bahan non volatil, bertitik didih tinggi jika ditambahkan pada material lain dapat merubah sifat material tersebut. Penambahan *plasticizer* dapat menurunkan kekuatan intermolekuler dan meningkatkan fleksibilitas film atau menurunkan sifat barrier film. Gliserol merupakan *plasticizer* yang efektif karena memiliki kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen enternal pada ikatan intermolekuler, *plasticizer* ditambahkan pada pembuatan *edible film* untuk mengurangi kerapuhan, meningkatkan fleksibilitas, dan ketahanan film terutama jika disimpan pada suhu rendah (Paramawati, 2001). Komponen yang cukup mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan *edible film* adalah *plasticizer* dimana *plasticizer* berfungsi untuk: meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas film, menghindari film dari keretakan, meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air dan zat terlarut dan meningkatkan elastisitas film. Beberapa jenis *plasticizer* yang dapat digunakan dalam pembuatan *edible film* adalah gliserol, lilin lebah, polivinil alkohol dan sorbitol (Julianti dan Nurminah, 2007).

Pelapis edible harus memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang baik, daya kerapuhan rendah, ketangguhan tinggi, Untuk mencegah retak selama penanganan dan penyimpanan. Oleh karena itu, *plasticizer* dengan berat molekul tinggi (nonvolatil) biasanya ditambahkan ke dalam pembentukan film hidrokoloid sebagai solusi untuk memodifikasi fleksibilitas film tersebut. *Plasticizer* didefenisikan sebagai zat non volatil, bertitik didih tinggi, yang pada saat ditambahkan pada material lain mengubah sifat fisik dari material tersebut. *Plasticizer* merupakan bahan yang tidak mudah menguap, dapat merubah struktur dimensi objek,

menurunkan ikatan rantai antar protein dan mengisi ruang-ruang yang kosong pada produk (Banker, 1966 dalam Yoshida dan Antunes, 2003).

Plasticizer yang paling umum digunakan adalah: gliserol, sorbitol, poliol (propilen glikol), polietilen glikol, oligosakarida dan air. Gliserol (1,2,3-propanatriol) dengan rumus kimia  $\text{CH}_2\text{OHCHOHCH}_2\text{OH}$ , adalah senyawa golongan alkohol trivalen. Plasticizer berupa gliserol adalah salah satu plasticizer (pemlastis) yang banyak digunakan dalam pembuatan *edible film*. Gliserol efektif digunakan sebagai plasticizer pada hidrofilik film, seperti pektin, gelatin, pati dan modifikasi pati, maupun pada pembuatan *edible film* berbasis protein. Penambahan gliserol dapat menghasilkan film yang lebih fleksibel dan halus. Selain itu gliserol dapat meningkatkan permeabilitas film terhadap gas, uap air dan gas terlarut (Gontard et al., 1993). Penambahan gliserol yang berlebihan akan menyebabkan rasa manis-pahit pada bahan. Penambahan gliserol sebagai plasticizer pada *edible film* akan menghasilkan film yang lebih fleksibel dan halus, selain itu gliserol dapat meningkatkan permeabilitas film terhadap gas, uap air, dan zat terlarut (Winarno, 1995 dalam Khotimah, 2006). Sedangkan, sorbitol dengan rumus kimia  $\text{CH}_2\text{OH}(\text{CHOH})_4\text{CH}_2\text{OH}$  (1,2,3,4,5,6-heksol) adalah satu pemanis yang sering digunakan dalam makanan. Plasticizer berupa sorbitol juga bersifat hidrofilik sehingga transfer uap air dari lingkungan ke permukaan sampel film menjadi lebih cepat dan mengurangi permeabilitas film terhadap oksigen, hal ini juga mampu mengurangi kegetasan film sehingga kuat renggang putus dari film tersebut meningkat. Pengujian ini juga sesuai dengan pendapat Galietta, dkk. (1998) dan Khwaldia, dkk. (2004) yang menyatakan bahwa laju transmisi uap air meningkat seiring dengan meningkatnya plasticizer yang ditambahkan pada *edible film*.

## 1. Gliserol

Salah satu alkil trihidrat yang penting adalah gliserol (propa- 1,2,3 triol)  $C_3H_5(OH)_3$ . Senyawa ini kebanyakan ditemui hampir semua lemak hewani dan minyak nabati sebagai ester gliserin dari asam palmitat dan oleat (Austin, 1985). Gliserol adalah senyawa yang netral, dengan rasa manis tidak berwarna, berupa cairan kental dengan titik lebur  $20\text{ }^\circ\text{C}$  dan memiliki titik didih  $290\text{ }^\circ\text{C}$ , dapat larut sempurna dalam air dan alkohol, tetapi tidak dalam minyak. Senyawa ini bermanfaat sebagai anti beku (anti freezing) dan juga merupakan senyawa yang higroskopis, sehingga banyak digunakan untuk mencegah kekeringan pada tembakau, pembuatan parfum, tita, kosmetik, makanan dan minuman lainnya (Austin, 1985). Gliserol dapat digunakan untuk gliserolisis lemak atau metil ester, untuk membentuk gliserolat monogliserida, digliserida dan trigliserida. Gliserol mengandung tiga gugus hidroksi yang terdiri dari dua gugus alkohol primer dan satu gugus alkohol sekunder. Atom karbon yang terdapat dalam gliserol dapat ditunjukkan sebagai atom karbon  $\alpha$ ,  $\beta$  dan  $\gamma$  (Nouriedden et al., 1992).

Dalam hal lain, struktur gliserol yang mempunyai gugus alkohol sekunder dan dua gugus alkohol primer, akan memberikan banyak kemungkinan terjadinya reaksi (Finar, 1980).

Tabel 4. Karakterisrik Gliserol (Suryani, 2012)

Karakter	Nilai
Massa molar	92,099382 g/mol
Density	1,261 g/cm <sup>3</sup>
Titik leleh	18 <sup>o</sup> C
Titik didih	290 <sup>o</sup> C
Viskositas	1,5 Pa.s

Secara umum senyawa poliol (polihidroksi termasuk gliserol) dari berbagai sumber banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri seperti halnya ester poliol dari senyawa sakarida dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan surfaktan, senyawa ini juga digunakan dalam formulasi bahan makanan, kosmetik maupun obat-obatan. Demikian juga dalam industri polimer, senyawa poliol banyak digunakan sebagai *plasticizer* maupun pemantap. Senyawa poliol ini dapat diperoleh dari hasil industri petrokimia, maupun langsung dari transformasi minyak nabati dan olahan industri oleokimia. Dibandingkan dengan hasil industri petrokimia, senyawa poliol dari minyak nabati dan industri oleokimia dapat diperbaharui, sumbernya mudah diperoleh, dan juga ramah lingkungan karena mudah terdegradasi dalam alam (Goudung et al., 2004).

## 2. Sorbitol

Sorbitol ( $C_6H_{14}O_6$ ) merupakan salah satu gula alkohol yang merupakan hasil reduksi dari glukosa di mana semua atom oksigen dalam molekul gula alkohol yang sederhana terdapat dalam bentuk kelompok hidroksil, atau disebut juga dengan kelompok polyhidric alcohol (poliol). Sorbitol atau dikenal pula sebagai glusitol merupakan gula alkohol yang di metabolisme pada tubuh manusia secara lamban. Kebanyakan sorbitol dibuat dari sirup jagung, namun dapat pula ditemukan pada apel, pir, persik dan buah prune. Nama kimia lain dari Sorbitol adalah glusitol dan hexitol dengan rumus kimia  $C_6H_{14}O_6$ . Struktur molekul sorbitol mirip dengan struktur molekul yang terdapat pada glukosa. Hanya saja berbeda pada gugus aldehyd pada glukosa diganti dengan gugus alkohol. Fungsi sorbitol adalah sebagai filler atau bahan pengisi, pengental, humektan, serta mencegah terbentuknya kristal di dalam sirup. Dalam pembuatan bioplastik, sorbitol mengurangi pergerakan molekul pati yang diakibatkan karena ikatan silang yang terjadi antara sorbitol dan molekul pati.

### 3. Polietilen Glikol (PEG)

Menurut Su (2009), polietilen glikol (PEG) adalah senyawa biokompatibel yang bersifat sangat hidrofilik dan anti fouling. PEG dibuat secara komersial melalui reaksi etilen oksida dengan air atau etilen glikol dengan sejumlah kecil katalis natrium klorida. PEG merupakan salah satu bahan yang sering digunakan sebagai bahan tambahan campuran polimer untuk meningkatkan biokompabilitasnya. Secara umum, PEG memiliki sifat fisik mudah larut dalam air, tidak toksik, dan tidak mudah diserap (Septiana 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska et al. (2018), *edible film* yang terbuat dari  $\kappa$ -karagenan dengan penambahan PEG 8% tampak mengilat dan sedikit berminyak. Penambahan konsentrasi PEG dapat meningkatkan titik leleh dan menurunkan entalpi pada film  $\kappa$ -karagenan. Titik leleh yang meningkat pada film  $\kappa$ -karagenan diharapkan bisa digunakan pada produk-produk pangan yang memerlukan pemanasan pada batas suhu tertentu. Penambahan PEG sebagai plasticizer juga dapat menurunkan kuat tarik dan mengurangi gaya antarmolekul (Sogiana 2013). Hal ini dibuktikan pada penambahan PEG dari konsentrasi 6% menjadi 8% dan 10%, film  $\kappa$ -karagenan mengalami penurunan kuat tarik.

#### F. Mekanisme Pembentuk *Edible film*

Proses Pembentukan Film merupakan suatu fenomena pembentukan gel akibat perlakuan suhu, sehingga terjadi pembentukan matriks atau jaringan. Gel kira-kira mengandung 99,9% air tetapi mempunyai sifat lebih khas seperti padatan, khususnya sifat elastis (*elasticity*) dan kekakuan (*rigidity*). Gelasi atau pembentukan gel merupakan fenomena yang menarik dan sangat kompleks, namun sampai saat ini masih banyak hal-hal yang belum diketahui tentang mekanismenya. (Wahyu et al., 2013). Pada prinsipnya pembentukan gel hidrokolid terjadi karena adanya pembentukan jaringan tiga dimensi oleh molekul primer yang terentang

pada seluruh volume gel yang terbentuk dengan memerangkap sejumlah air di dalamnya. Kekuatan *edible film* terkait dengan struktur kimia polimer, terdapatnya bahan aditif dan kondisi lingkungannya selama berlangsungnya pembentukan *edible film* (Bourtoom, 2008).

### **G. Pengemasan Produk Pangan Dengan *Edible film***

Keuntungan adanya *edible film* yaitu dapat menghambat difusi oksigen dan uap air ke dalam bahan yang dilapisi, menghambat pembusukan adanya mikroba dan keamanannya untuk dikonsumsi (Farham dkk, 2017). Selain itu, pengemasan makanan digunakan untuk melindungi makanan dari kontaminasi lingkungan dan pengaruh lainnya seperti adanya debu, krikil, suhu, guncangan, kerusakan fisik, cahaya, mikroorganisme dan kelembaban. Dengan adanya pengemas makanan dapat memperpanjang umur simpan dan meminimalkan kehilangan makanan yang menyebabkan kerugian. Proses oksidasi, pembusukan adanya mikroba dan proses metabolisme merupakan salah satu penyebab utama dalam kemunduran pada produk makanan. Dengan adanya proses tersebut secara langsung dapat mempengaruhi hilangnya kualitas makanan termasuk dengan keamanan pangan (Han et al., 2018).

*Edible film* merupakan lapisan tipis yang terbuat dari bahan yang dapat dikonsumsi dan digunakan sebagai pelapis makanan dan dapat dikonsumsi sehingga dapat mengurangi penggunaan kemasan yang nondegradable (Bourtoom, 2007). Terdapat beberapa tambahan persyaratan yang berkaitan dengan penggunaannya dalam produk pangan yaitu :

1. Karakteristik sensorik yang dapat diterima
2. Memiliki sifat penghalang yang baik (CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, air dan minyak)
3. Memiliki stabilitas terhadap mikroba, biokimia dan fisikokimia
4. Aman dikonsumsi

5. Efektif sebagai carrier (pembawa) bahan tambahan seperti antioksidan, cita rasa, warna, nutrisi atau antimikroba
6. Relatif murah
7. Menggunakan teknologi dan sistem produksi yang mudah (Maftoonazad et al., 2009).

Bahan kemasan edible umumnya tidak sepenuhnya untuk menggantikan kemasan konvensional. Sebaliknya, efisiensi pengawetan makanan dapat ditingkatkan dengan menggunakan kemasan *edible film* sebagai kemasan primer bersama dengan kemasan non-edible sebagai kemasan sekunder untuk menambahkan perlindungan tambahan dari atmosfer dan mencegah kontaminasi dari mikroorganisme atau dari partikel asing (Mali et al., 2014).

*Edible film* yang dibuat dari pati dikenal dengan *edible film* hidrokoloid yang memiliki kelebihan seperti baik untuk melindungi produk terhadap oksigen dan karbon dioksida serta memiliki sifat mekanis yang baik karena pati merupakan salah satu bahan baku alternatif yang aman untuk pengemasan yang dapat dikonsumsi dan mudah untuk diserap oleh tubuh sehingga kemasan *edible film* yang berbasis pati layak untuk dikembangkan (Bourtoom, 2007). Film yang terbuat dari pati secara luas diterapkan karena memiliki sifat yang transparan, tidak berbau, tidak berasa dan baik sebagai penghalang CO<sub>2</sub> dan O<sub>2</sub>, namun karena memiliki sifat hidrofilik pada pati memiliki sifat kelarutan dalam air dan kurang baik sebagai penghalang uap air (Janjarasskul et al., 2010).

#### **H. Uraian Pemilihan Bahan**

##### **1. Na-CMC**

penggunaan Na-CMC dalam pembuatan *edible film* yaitu dapat membentuk gel yang baik, elastis, dapat dimakan, dan dapat diperbaharui. Na-CMC (Sodium Carboxymethyl Cellulose) sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang

tinggi, sehingga *edible film* yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. NaCMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari selulosa (Tongdeesoontorn et al., 2009).

## 2. Gliserol

Salah satu alkil trihidrat yang penting adalah gliserol (propa- 1,2,3 triol)  $C_3H_5(OH)_3$ . Senyawa ini kebanyakan ditemui hampir semua lemak hewani dan minyak nabati sebagai ester gliserin dari asam palmitat dan oleat. Gliserol adalah senyawa yang netral, dengan rasa manis tidak berwarna, berupa cairan kental dengan titik lebur  $20^\circ C$  dan memiliki titik didih  $290^\circ C$ , dapat larut sempurna dalam air dan alkohol, tetapi tidak dalam minyak. Gliserol dapat digunakan untuk gliserolisis lemak atau metil ester, untuk membentuk gliserolat monogliserida, digliserida dan trigliserida. Secara umum senyawa poliol (polihidroksi termasuk gliserol) dari berbagai sumber banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri seperti halnya ester poliol dari senyawa sakarida dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan surfaktan, senyawa ini juga digunakan dalam formulasi bahan makanan, kosmetik maupun obat-obatan. Demikian juga dalam industri polimer, senyawa poliol banyak digunakan sebagai *plasticizer* maupun pemantap. Senyawa poliol ini dapat diperoleh dari hasil industri petrokimia, maupun langsung dari transformasi minyak nabati dan olahan industri oleokimia. Dibandingkan dengan hasil industri petrokimia, senyawa poliol dari minyak nabati dan industri oleokimia dapat diperbaharui, sumbernya mudah diperoleh, dan juga ramah lingkungan karena mudah terdegradasi dalam alam (Goudung et al., 2004).

*Plasticizer* merupakan substansi yang tidak mudah menguap, memiliki titik didih tinggi serta memiliki berat molekul yang rendah sehingga dapat masuk ke dalam matriks polimer polisakarida dan protein dengan mudah dan meningkatkan fleksibilitas film (Mulyadi dkk., 2018; Ulfah dan Nugraha 2014). Bahan pemlastis

(*plasticizer*) ditambahkan ke dalam *edible film* untuk meningkatkan sifat mekanik pengemas dan mencegah retaknya *edible film* selama penanganan dan penyimpanan. Gliserol merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis. menyatakan bahwa gliserol mudah dicerna, tidak beracun sebagai pembungkus makanan yang kontak langsung dengan konsumen yang dapat memberikan kelenturan dan kekerasan pembungkus. Gliserol mampu mempengaruhi sifat fisik dari *edible film* seperti ketebalan karena memiliki sifat hidrofilik yang dapat meningkatkan ketebalan *edible film* dan kekuatan daya tarik. Hal ini karena gliserol dapat larut dalam beberapa polimer, menaikkan suhu transisi, dan membuat *edible film* yang terbentuk akan semakin keras dan kekuatan daya tarik akan semakin rendah (Girindra,2009). Gliserol digunakan sebagai *plasticizer* karena berbentuk cair. Bentuk cair gliserol lebih menguntungkan karena mudah tercampur dalam larutan film dan terlarut dalam air (Anker dkk., 2000).

Penambahan *plasticizer* pada pembuatan *edible film* bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, mengurangi kerapuhan dan meningkatkan ketahanan *edible film* terutama jika disimpan pada suhu rendah (Wulandari, 2019). Umumnya jumlah *plasticizer* yang ditambahkan pada *edible* hidrokoloid sebanyak 10% dan 60% dari berat hidrokoloid (Murni 2013). Menurut Syarifuddin dan Yuniarta (2015) penambahan gliserol dalam pembuatan *edible film* akan meningkatkan fleksibilitas dan permeabilitas film terhadap gas, uap air, dan gas terlarut. Bertambahnya jumlah gliserol dalam campuran pati dan air menyebabkan peningkatan elastisitas dan penurunan kuat tarik seiring dengan peningkatan konsentrasi gliserol (Rodrigues et al. 2006).

### 3. *Aquadest*

*Aquadest* merupakan air hasil dari destilasi atau penyulingan, dapat disebut juga air murni ( $H_2O$ ). karena  $H_2O$  hampir tidak mengandung mineral. Sedangkan air mineral merupakan pelarut yang *universal*. Air tersebut mudah menyerap atau melarutkan berbagai partikel yang ditemuinya dan dengan mudah menjadi terkontaminasi. Dalam siklusnya di dalam tanah, air terus bertemu dan melarutkan berbagai mineral anorganik, logam berat dan mikroorganisme. Jadi, air mineral bukan aquadest ( $H_2O$ ) karena mengandung banyak mineral (Anindya, 2019).

#### I. *Metode Casting*

Metode *casting* merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk pembuatan *film*. Pada metode ini, protein atau polisakarida didispersikan pada campuran air dan *plasticizer*, selanjutnya dilakukan proses pengadukan. Setelah pengadukan dan pengaturan pH, lalu sesegera mungkin campuran tadi dipanaskan dalam beberapa waktu dan dituangkan pada *casting plate*. Setelah dituangkan, selanjutnya dibiarkan mengering dengan sendirinya pada kondisi lingkungan dan waktu tertentu. *Film* yang telah mengering kemudian dilepaskan dari cetakan (*casting plate*) yang selanjutnya dilakukan pengujian terhadap karakteristik yang dihasilkan. (Hui, 2006).

Menurut Bourtoom (2007) tidak ada metode standar dalam pembuatan *edible film*, yang menyebabkan diperolehnya film dengan fungsi dan karakteristik fisikokimia berbeda. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam pembuatan *edible film* berbasis pati, pada umumnya dilakukan penambahan hidrokoloid dan *plasticizer* agar didapatkan karakteristik film yang baik

#### J. Tinjauan Islam Tentang Ilmu Pengetahuan

Khazanah Islam membagi dua kategori ilmu pengetahuan, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya berperan penting dalam kehidupan manusia.

Ilmu dapat pula diartikan sebagai hikmah (Rahardjo 2002), mengartikan kata hikmah sebagai pengetahuan tertinggi. Dalam al-Quran sendiri kata hikmah berkaitan dengan hasil pemikiran dan suatu karunia Allah swt. yang diberikan kepada hambaNya.

Sebagaimana tercermin dalam al-Quran surat al-Baqarah (2):269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.” (Kementerian Agama 2019)

Allah memberikan ketepatan menuju kebenaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberi hal ini maka Allah telah memberinya kebaikan yang besar. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran dari hal ini melainkan orang-orang yang sehat akalnya. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt. akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki kebaikan kepadanya. Hikmah dapat diartikan sebagai ilmu yang bermanfaat, pemikiran yang matang dan akal yang terus menerus. Inilah sebaik-sebaik karunia Allah swt. kepada hambaNya. Dari ayat di atas diperoleh pula definisi ulul albab. Menurut kamus bahasa Arab kata اولوا atau اولى berarti ‘yang mempunyai’ atau ‘yang memiliki’. Sedangkan kata اللباب berarti ‘inti sari’ atau ‘bagian penting dari sesuatu. Istilah ulul albab dapat diartikan sebagai orang-orang yang berakal dan memiliki pemikiran.

Ulul albab merupakan orang yang melakukan pemikiran secara berulang-ulang dan terus-menerus, hingga akhirnya bisa meraih pengetahuan tertinggi atau hikmah. Adanya hikmah akan membangun kemajuan di dunia, dalam bidang

apapun. Salah satu contoh hasil pemikiran yang bermanfaat dalam bidang pengemasan bahan pangan, obat-obatan adalah teknik *edible film* (M. Quraish Shihab, 2002)

Kehidupan manusia begitu kompleks akan terasa mudah dan ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Pada zaman global ini, orang menganggap bahwa kemajuan ilmu farmasi berasal dari Barat. Padahal kemajuan yang dicapai Barat tersebut tidak lepas dari zaman sebelumnya, yakni dunia Islam. Para ilmuwan farmasi Muslim selain menguasai riset-riset ilmiah di bidang farmasi, mereka juga berhasil membuat komposisi, dosis, tata cara penggunaan, dan efek dari obat-obatan (baik obat sederhana maupun obat campuran). Masa kejayaan Islam merupakan masa di mana ilmu farmasi mencapai puncaknya (Fay, 2020).

Terkait dengan riset ilmiah, Allah swt. telah menerangkan dalam Al-qur'an surah Al-Alaq/96: 1-5

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  
- ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

Terjemahnya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang diketahuinya”. (Kementerian Agama 2019)

Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia membaca (mempelajari, meneliti, dan sebagainya) apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayatNya yang tersurat (qauliyah), yaitu Al-Qur'an, dan ayat-ayatNya yang tersirat, maksudnya alam semesta. Perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar, hal ini dibuktikan di setiap ayat terdapat pembelajaran, dan bahkan di beberapa ayat membahas ilmu pengetahuan secara khusus sehingga dapat dikatakan relevan jika

Islam adalah agama ilmu pengetahuan kemudian mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu. Di sini jelaslah bahwa perlunya pengetahuan (Masykur & Solekhah, 2021).

Sebagai kesimpulan dari tafsir di atas yaitu bahwa umat manusia, apalagi umat Islam, harus mengembangkan kemampuan baca tulis untuk memahami seluruh ayat Allah swt. baik qauliyah yang maupun yang kauniyah. Membaca dan mendalami ayat-ayat Allah swt. harus karena Dia dan dengan meminta bantuan-Nya, supaya ilmu yang dihasilkan bermanfaat bagi manusia.

Pada hakikatnya manusia yang menjadikan ilmu sebagai cita-citanya dan berlomba-lomba untuk meraihnya, ia telah merintis jalan yang memudahkannya menuju ke surga. Menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR Muslim No 2699).

Dalam menjelaskan hadits ini, mengingatkan bahwa keutamaan saat bepergian mencari ilmu didapatkan seseorang, jika kesibukannya pada ilmu-ilmu syari’ah dan bertujuan kepada Allah. Meskipun pada dasarnya hal ini merupakan prasyarat yang mutlak dalam setiap ibadah, para ulama punya kebiasaan mengingatkannya, karena sebagian orang sering bersikap gegabah dalam mencari ilmu.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari ayat dan hadist diatas ialah bahwa Allah swt. mewajibkan kita sebagai umatnya yang beriman untuk selalu menuntut

ilmu, dimana bentuk ilmu pengetahuan salah satunya dalam melakukan penelitian dan eksperimen ilmiah ini. Dimana nantinya hasil dari penelitian ini, akan bermanfaat bagi lingkungan. Dan penelitian ini sebagai bentuk usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pemeliharaan lingkungan dan kesehatan manusia.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorium untuk mengetahui formulasi dan karakterisasi *edible film* dari Na-CMC.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Laboratorium Farmasetika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam, dan Maritim.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2022 – Desember 2022.

#### **D. Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Natrium Karboksimetil Selulosa (Na-CMC).

#### **E. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat yang akan digunakan adalah alat-alat gelas (Iwaki), batang pengaduk, botol semprot, cawan porselin, cawan petri, cetakan *edible film*, oven (Memmert UN55 53L), Magnetic hot plate stirrer (Nesco MS-H280-Pro), penggaris, kertas pH

meter (*MColorpHast<sup>TM</sup> – pH indikator strips*), pipet tetes, timbangan analitik (AND GR-200), mixer (Miyoko), mikrometer sekrup.

## 2. Bahan

Bahan yang akan digunakan adalah Na-CMC, gliserol, aquadest.

## F. Metode Kerja

### 1. Penyiapan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Na-CMC yang diperoleh dari toko asian – bahan farmasi di Kota Semarang

### 2. Pembuatan Sediaan *Edible film*

#### a. Rancangan Formula

Tabel 5. Formula *Edible film*

Bahan	Formula					Kegunaan
	F1	F2	F3	F4	F5	
Na-CMC	3%	4%	5%	6%	10%	Bahan baku
Gliserol	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	<i>Plasticizer</i>
Aquadest ad	100%	100%	100%	100%	100%	Pelarut

#### b. Pembuatan Formula

Dalam pembuatan *edible film* ini menggunakan metode *casting* atau tuang. Semua bahan yang ditimbang sesuai dengan tabel 5. *Edible film* dibuat dengan 5 formula (F1, F2, F3, F4, dan F5) dengan jumlah Na-CMC masing-masing formula berbeda yaitu, 3%, 4%, 5%, 6%, dan 10% masing-masing formula menggunakan konsentrasi *plasticizer* yang sama yaitu 2,5% dan dengan tambahan aquadest sebagai pelarut ad 100% pada tiap formula. Aquadest yang digunakan dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu 80°C. Setelah itu, Na-CMC yang telah ditimbang dengan masing-masing konsentrasi dilarutkan dengan aquadest yang telah dipanaskan dengan cara penambahan secara bertahap hingga homogen dan kemudian masing-masing formula ditambahkan gliserol sebanyak 2,5% dan diaduk hingga homogen. Setelah masa terbentuk selanjutnya didinginkan selama 30-50

menit dan dilakukan pengukuran pH menggunakan kertas pH. Lalu dituangkan kedalam cetakan dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 50°C selama 48 jam. Setelah *edible film* kering kemudian dilepas dari cetakan dan siap untuk di karakterisasi (Fera, n.d. 2018).

### c. Karakterisasi *edible film*

#### 1. Pemeriksaan Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis meliputi pengamatan bentuk, warna, bau dan rasa dari *edible film* yang dihasilkan (Nofiandi et al., 2016).

#### 2. Ketebalan *Edible film*

*Edible film* yang dihasilkan diukur ketebalannya dengan menggunakan mikrometer sekrup dengan ketelitian alat 1 µm (0,01 mm). Pengukuran dilakukan pada 5 tempat yang berbeda dengan tiga kali pengulangan (Nofiandi et al., 2016).

#### 3. Daya Serap Air

Untuk mengukur daya serap air *edible film* dilakukan dengan cara memotong sample *edible film* 3 x 3 cm kemudian ditimbang sebagai berat awal ( $W_0$ ), kemudian dicelupkan ke dalam wadah berisi aquades selama 10 detik. Kemudian sample dikeluarkan dari wadah dan air yang masih menempel pada permukaan *edible film* dihilangkan menggunakan tisu, lalu dilakukan penimbangan untuk mendapatkan berat akhir sample (W). Sample dicelupkan kembali ke dalam wadah berisi aquades selama 10 detik kemudian diangkat dan ditimbang kembali. Prosedur pencelupan dan penimbangan dilakukan terus sampai berat akhir sampel konstan yaitu apabila selisih berat tidak lebih dari 0,2 gr (Fera, n.d. 2018). Daya Serap *edible film* dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Air (\%)} = \frac{W - W_0}{W_0} \times 100\%$$

Keterangan : W = berat *edible film* basah

$W_0$  = berat *edible film* kering

#### 4. Uji Daya Tarik (*Tensile Strength*)

Kekuatan tarik merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai *edible film* tetap bertahan sebelum putus/sobek. Proses pengujian daya tarik *edible film* ini menggunakan metode uji ASTM D638-02a-2002 pada laboratorium. Sebelum pengujian diukur terlebih dahulu ketebalan *edible film* yang akan diuji, selanjutnya memotong *edible film* dari tiap konsentrasi menjadi ukuran 2 x 5 cm. Pengujian dilakukan dengan cara ujung sampel dijepit mesin penguji. Kemudian dilakukan pencatatan ketebalan dan panjang awal sampel. Tombol start pada komputer ditekan kemudian alat akan menarik sampel dengan kecepatan 100 mm/menit sampai sampel putus. Nilai kekuatan tarik didapatkan dari hasil pembagian tegangan maksimum dengan luas penampang melintang. Luas penampang melintang didapatkan dari hasil perkalian panjang awal sampel dengan ketebalan awal sampel. Edible film memiliki nilai kuat tarik minimal 0,3 Mpa menurut Japanese Industrial Standart (Fera, n.d. 2018)

#### 5. Pemanjangan (*Elongation*)

Pada proses pengujian Pemanjangan menggunakan metode uji IK-MT-30.71, Nilai elongasi didapat dari hasil perbandingan antara jarak renggang saat putus dengan panjang awal sampel dan dinyatakan dalam persentase (%), dimana edible film minimal memiliki nilai elongasi sebesar 70% menurut Japanese Industrial Standart (Fera, n.d. 2018).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Pemeriksaan Organoleptis

Tabel 6. Hasil Pemeriksaan Organoleptis *Edible film* dari Na-CMC

Formula	Bentuk	Warna	Bau	Rasa
F1	Lapisan tipis	Putih transparan	Tidak Berbau	Tidak berasa
F2	Lapisan tipis	Putih transparan	Tidak Berbau	Tidak berasa
F3	Lapisan tipis	Putih transparan	Tidak Berbau	Tidak berasa
F4	Lapisan tipis	Putih transparan	Tidak Berbau	Tidak berasa
F5	Lapisan tipis	Putih transparan	Tidak Berbau	Tidak berasa

Keterangan :

F1 : Formula 3%

F2 : Formula 4%

F3 : Formula 5%

F4 : Formula 6%

F5 : Formula 10 %

##### 2. Hasil Uji Ketebalan dan pH

Tabel 7. Hasil Uji Ketebalan dan pH *Edible film* dari Na-CMC

Formula	Ketebalan	pH
F1	0,09 mm	6
F2	0,11 mm	6
F3	0,11 mm	6
F4	0,12 mm	7
F5	0,15 mm	7

### 3. Hasil Uji Daya Serap Air

Tabel 8. Hasil Uji Daya Serap Air *Edible film* dari Na-CMC

Formula	Daya Serap Air
F1	38,86%
F2	36,91%
F3	36,31%
F4	22,03%
F5	14,12%

### 4. Hasil Uji Daya Tarik dan Pemanjangan

Tabel 9. Hasil Uji Daya Tarik dan Pemanjangan *Edible film* dari Na-CMC

Formula	Daya Tarik	Pemanjangan
F1	0,7314	55,05
F2	0,5392	77,24
F3	1,1315	28,50
F4	1,2836	26,22
F5	1,7415	3,31

### B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengkarakterisasi *edible film* dari natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) dengan gliserol sebagai *plasticizer*. Bahan baku utama penelitian ini adalah Na-CMC (*food grade*) yang diperoleh dari toko online. Na-CMC digunakan dalam pembuatan *edible film* karena dapat membentuk gel yang baik, elastis, dapat dimakan, dan dapat diperbaharui sebagai senyawa polimer dengan berat molekul yang tinggi, sehingga *edible film* yang dihasilkan lebih kuat dalam menahan beban. Na-CMC adalah polisakarida linier anionik yang merupakan derivat dari selulosa (Tongdeesoontorn et al., 2009).

Penambahan gliserol sebagai *plasticizer* pada pembuatan *edible film* untuk meningkatkan sifat mekanik pengemas dan mencegah retaknya *edible film* selama penanganan dan penyimpanan. Gliserol mudah dicerna, tidak beracun sebagai pembungkus makanan yang kontak langsung dengan konsumen yang dapat memberikan kelenturan dan kekerasan pembungkus. Gliserol mampu mempengaruhi sifat fisik dari *edible film* seperti ketebalan karena memiliki sifat hidrofilik yang dapat meningkatkan ketebalan *edible film* dan kekuatan daya tarik. Hal ini karena gliserol dapat larut dalam beberapa polimer, menaikkan suhu transisi, dan membuat *edible film* yang terbentuk akan semakin keras dan kekuatan daya tarik akan semakin rendah (Girindra,2009).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *casting* atau tuang. Metode *casting* ini merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam pembuatan film (Hui, 2006). Pada metode ini memerlukan pelarut serta menggunakan prinsip dari gelatinisasi. Pada dasarnya prinsip gelatinisasi ini terjadi dengan adanya penambahan sejumlah air yang dipanaskan pada suhu yang tinggi (Nairfana, 2021). Pada teknik ini protein atau polisakarida didispersikan padacampuran air dan plastisizer, kemudian diaduk. Setelah pengadukan, campurantadi dipanaskan dalam beberapa waktu dan dituangkan pada *casting plate*. Kemudian campuran dalam *casting plate* dikeringkan dalam oven 50<sup>0</sup> C. Film yang telah mengering dilepaskan dari cetakan ( *casting plate* ) dan dihasilkan *edible film* (Hui, 2006). Setelah *edible film* mengering maka akan dilakukan karakterisasi yaitu organoleptis, pH, daya serap air, daya tarik dan pemanjangan.


Pada penelitian memiliki 5 formulasi dengan kosentrasi Na-CMC yang berbeda yaitu F1 (3%), F2 (4%), F3 (5%), F4 (6%) dan F5 (10%) dan menggunakan 2,5 mL gliserol sebagai *plasticizer* pada setiap formula.

### 1. Uji Organoleptis

Uji organoleptis adalah uji untuk melihat kualitas dan stabilitas sediaan seperti bentuk, warna, bau dan rasa. Dalam penelitian ini hasil uji organoleptis yang diperoleh setelah hasil dari *edible film* mengering selama 48 jam dan dapat dilihat pada tabel 5. Hasil organoleptis dari *edible film* F1, F2, F3, F4 dan F5 didapatkan hasil berbentuk lapisan tipis, berwarna putih transparan, tidak berbau dan tidak berasa. Setelah dilihat dari hasil uji organoleptis pada setiap formula dapat dikatakan memiliki hasil yang stabil, dan menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi gliserol dan meningkatnya jumlah konsentrasi Na-CMC tidak mempengaruhi bentuk, warna, bau dan rasa dari *edible film* (Harmely et al., 2018).

### 2. Uji Ketebalan

Pada uji ketebalan ini diukur menggunakan mikrometer sekrup dengan cara *edible film* yang telah kering diukur menggunakan mikrometer sekrup yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Pengukuran dilakukan pada 5 titik yang berbeda pada *edible film* (Fera, n.d. 2018). Ketebalan adalah tebalnya *edible film* yang dihasilkan setelah pengeringan. Dari hasil yang diperoleh dari F1 hingga F5 untuk ketebalan yang diperoleh mengalami kenaikan. Ketebalan merupakan sifat fisik *edible film* yang besarnya dipengaruhi oleh konsentrasi hidrokoloid pembentuk *edible film* dan ukuran cetakan plat kaca. Konsentrasi padatan berbanding lurus dengan ketebalan film dimana semakin tinggi konsentrasi padatan terlarut maka semakin tinggi ketebalan film yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena jumlah polimer penyusun film yang mengakibatkan peningkatan ketebalan film (Skurtys et al., 2011; Afriyah et al., 2015).

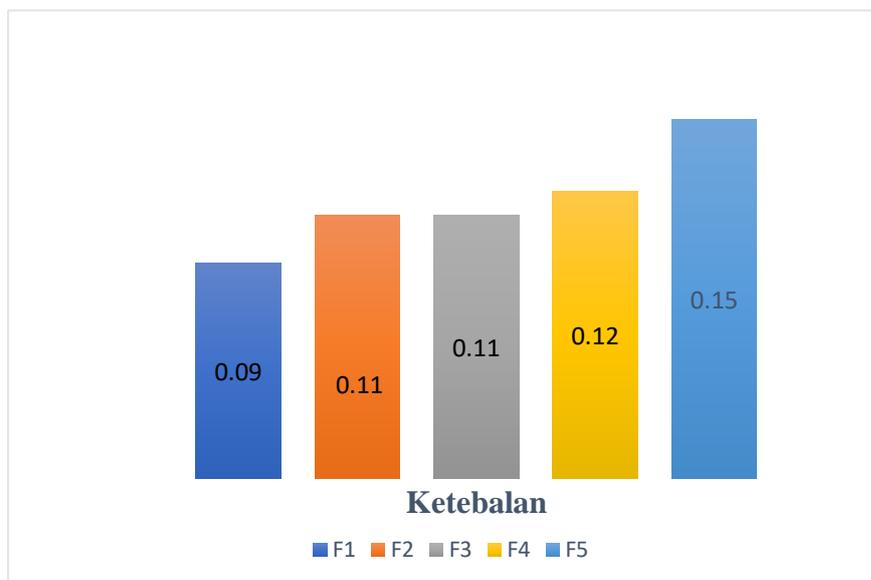

Gambar 3. Hasil Uji Ketebalan *Edible film*

Hasil uji ketebalan berkisar dari 0,09mm – 0,15mm. Bahwa semakin tinggi konsentrasi Na-CMC cenderung menyebabkan peningkatan nilai ketebalan *edible film*. Nilai ketebalan *edible film* ini tergolong baik karena telah memenuhi standar ketebalan *edible film* yang ada menurut *Japanese Industrial Standart (JIS)*, yaitu maksimal memiliki ketebalan sebesar 0,25 mm. Sedangkan pelapis yang tebal (>0,25 mm) kurang baik karena dapat membatasi pertukaran gas hasil respirasi sehingga menyebabkan produk cepat rusak. Ketebalan *edible film* yang dihasilkan pada penelitian ini lebih tipis dibanding dengan beberapa hasil penelitian *edible film* dengan bahan yang berbeda. Seperti ketebalan *edible film* yang diperoleh oleh (Huri dkk.2014) dimana bahan ekstrak kulit ampas apel dengan penambahan gliserol 10% – 30% ketebalannya sekitar 0,150 mm – 0,200 mm. Hasil ini juga lebih tipis dari ketebalan *edible film* berbahan ekstrak daun jati pada konsentrasi gliserol 20% yaitu 0,18 mm (Kusnadi dan Budyanto, 2013).

### 3. Uji pH


Uji pH bertujuan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk mengecek sediaan tidak akan mengiritasi mukosa mulut. Sediaan diukur menggunakan kertas pH. Untuk range pH *edible film* yang baik adalah 5,5-7,9 dimana pH yang di hasilkan tidak menimbulkan iritasi pada mukosa mulut, apabila sediaan *edible film* terlalu asam dari PH mulut dapat memudahkan pertumbuhan kuman asidogenik seperti bakteri streptococcus mutans dan lactobacillus (Tyas & Meinitasari, n.d. 2020). Dari kelima formula, pH yang didapatkan berkisar dari 6 – 7 hasil uji pH dapat dilihat pada tabel 6, dapat disimpulkan bahwa pH dari *edible film* Na-CMC aman jika diaplikasikan ke mulut dan tidak bereaksi dengan bahan lainnya. Dan perbedaan konsentrasi Na-CMC serta penambahan gliserol 2,5 ml tidak mempengaruhi nilai pH.

### 4. Uji Daya Serap Air

Uji daya serap air merupakan salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketahanan *edible film* terhadap serap air, pengujian ini dilakukan guna untuk melihat persen serap yang dimiliki oleh film. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kemampuan plastik dalam melindungi produk dari air (Lazuardi dan Edi, 2013). Pengujian daya serap air penting dilakukan karena *edible film* yang baik adalah *edible film* yang mampu melindungi produk dari air, sehingga nantinya air akan diserap oleh film. Pada pengujian daya serap ini menggunakan metode yang telah dilakukan oleh Kasmawati (2018) yaitu *edible film* dipotong dengan ukuran 3x3 lalu ditimbang sebagai berat awal, kemudian dicelupkan ke dalam wadah berisi aquades selama 10 detik. Kemudian sample dikeluarkan dari wadah dan air yang masih menempel pada permukaan *edible film* dihilangkan menggunakan tisu, lalu dilakukan penimbangan untuk mendapatkan berat akhir sample (W). Prosedur pencelupan dan penimbangan dilakukan terus

sampai berat akhir sampel konstan yaitu apabila selisih berat tidak lebih dari 0,2 gr (Ban et al., 2005).

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada F1 – F5 bahwasanya semakin tinggi konsentrasi Na-CMC yang digunakan maka semakin kecil presentase daya serap yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Kasmawati, 2018) menjelaskan bahwa semakin besar presentase daya serap yang dihasilkan, maka ketahanan terhadap airnya akan semakin mengecil. Daya serap yang dihasilkan pada F1 (38,86%), F2 (36,91%), F3 (36,31%), F4 (22,03%) dan F5 (14,12%).

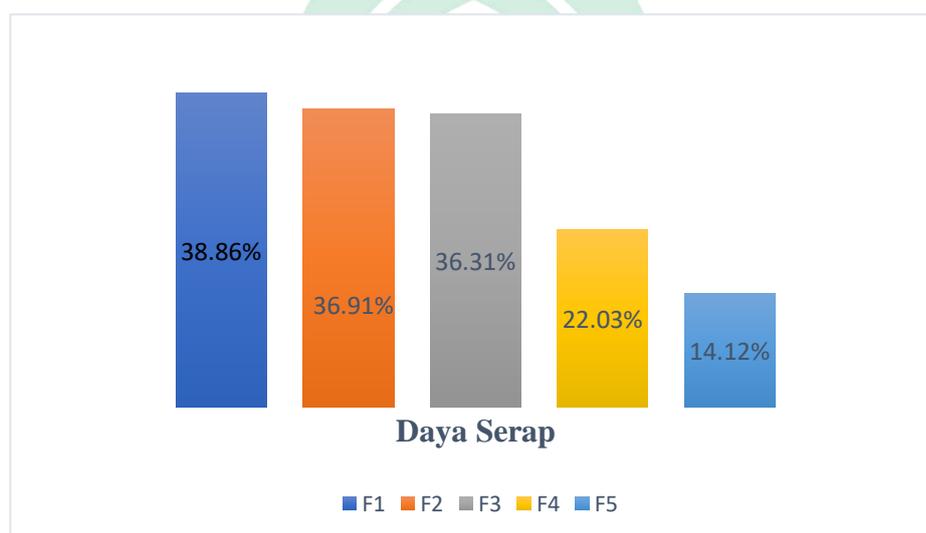

Gambar 4. Hasil Uji Daya Serap Air *Edible film*


Dapat dilihat bahwa F1 dengan konsentrasi Na-CMC 3% memiliki hasil daya serap yang lebih besar persentasenya. Pada penelitian ini mulai dari formula yang 3% hingga 6% mengalami penurunan daya serap air *edible film* yang sebanding dengan konsentrasi gliserol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan gliserol berpengaruh pada presentase daya serap air. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rodriguez, 2006) dimana *Edible film* yang dibuat dengan komposisi gelatin yang lebih banyak memiliki daya serap air yang tinggi sedangkan yang memiliki

komposisi agar lebih banyak, daya serap airnya lebih rendah. Fenomena ini diakibatkan oleh meningkatnya ikatan hidrogel interal pada ikatan intermolekuler yang disebabkan oleh aktifitas *plasticizer* dari gliserol. *Edible film* dari kombinasi gelatin kulit domba dan agar *Gracilaria sp* dengan presentase antara 49,787 - 72,340% cukup tahan terhadap air dibandingkan dengan *edible film* dari kombinasi pati sukun dan kitosan (Setiani *et al.*, 2013) yang memiliki daya serap air antara 212,98 - 695,10%. Dan dapat disimpulkan pada penelitian ini daya serap air *edible film* cukup tahan terhadap air.

#### 5. Uji Daya Tarik

Uji daya tarik bertujuan untuk mengetahui ukuran untuk kekuatan film secara spesifik atau tarikan secara maksimum yang dapat dicapai sampai film tetap bertahan sebelum putus/sobek. Pengukuran kuat tarik untuk mengetahui besarnya gaya yang diperlukan untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area film. Kuat tarik merupakan sifat mekanis dari *edible film*. Kuat tarik menentukan kekuatan dari *edible film*. Semakin besar kekuatan tarik maka *edible film* semakin baik dalam menahan kerusakan mekanis (Nairfana, 2021).

Hasil uji daya tarik *edible film* pada F1 (0,7314 Mpa), F2 (0,5392 Mpa), F3 (1,1315 Mpa), F4 (1,2836 Mpa), dan F5 (1,7415 Mpa).

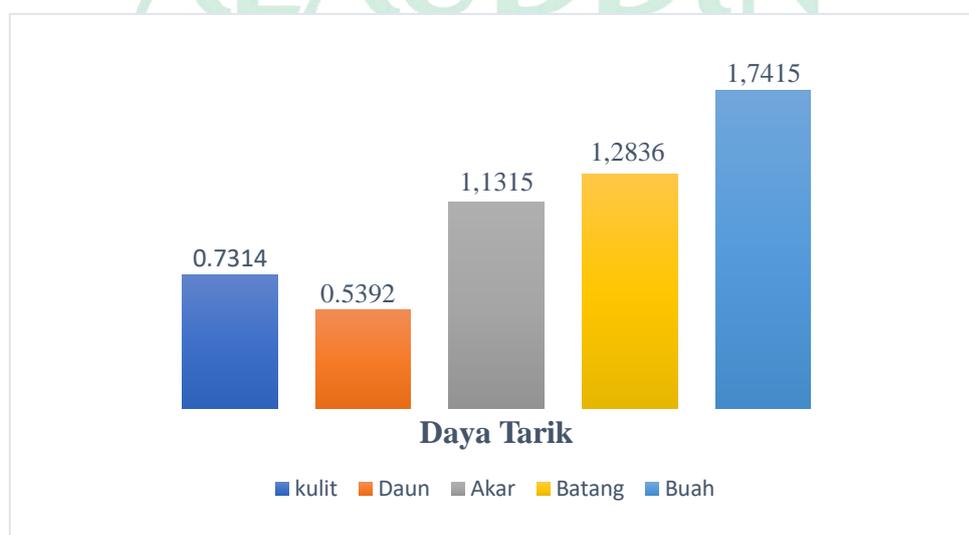

Gambar 5. Hasil Uji Daya Tarik *Edible film*

Hasil yang didapatkan rata – rata mengalami peningkatan. Tetapi pada F2 daya tarik yang dihasilkan mengalami penurunan. *Edible film* dengan kekuatan tarik yang tinggi akan mampu melindungi produk yang dikemasnya dari gangguan mekanis dengan baik. Nilai kuat tarik mengalami penurunan seiring dengan penambahan konsentrasi Na-CMC. Hal ini menunjukkan bahwa struktur molekul *edible film* adalah amorf. Pada struktur molekul amorf, rantai-rantai bercabang namun tidak tersusun secara rapat sehingga jarak antar molekul menjadi lebih jauh dan kekuatan ikatan molekul menjadi melemah. Lemahnya kekuatan ikatan molekul dalam *edible film* menyebabkan semakin rendahnya gaya yang dibutuhkan untuk memutuskan *edible film* tersebut (Rosen et al., 2015) dan dimana menurut penelitian yang dilakukan oleh (Baskara, 2012) mengatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi bahan baku yang digunakan dan penambahan gliserol pada awalnya akan meningkatkan daya tarik dari edible film tetapi pada kondisi tertentu yaitu saat mencapai titik jenuh maka daya tarik dari edible tersebut mengalami penurunan.


Hasil *edible film* menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi Na-CMC berpengaruh pada nilai kuat tarik *edible film* . Nilai kuat tarik *edible film* pada penelitian ini berkisar antara 0,7314 – 1,2836 Mpa dapat dikategorikan sebagai film kemasan makanan, karena nilai kuat tarik *edible film* pada JIS (*Japanese Industrial Standard*) minimal 0,3922 MPa. Berdasarkan hasil nilai kuat tarik *edible film* dapat ditentukan bahwa F1 – F5 memenuhi standar.

#### 6. Uji Pemanjangan (Elongation)

Pemanjangan merupakan persentase perubahan panjang *edible film* pada saat ditarik sampai putus. Pemanjangan *edible film* atau *elongasi* merupakan kemampuan pemanjangan bahan saat diberikan gaya tarik. Nilai *elongasi edible film* menunjukkan kemampuan rentangnya. Kemuluran juga merupakan perubahan panjang maksimum pada saat terjadi peregangan hingga sampel *edible film*

terputus. Umumnya penambahan *plasticizer* akan membuat nilai persen kemuluran suatu film meningkat (Siskawardani dkk., 2020).

Hasil uji pemanjangan *edible film* F1 55,05%, F2 77,24%, F3 28,50%, F4 26,22% dan F5 3,31.

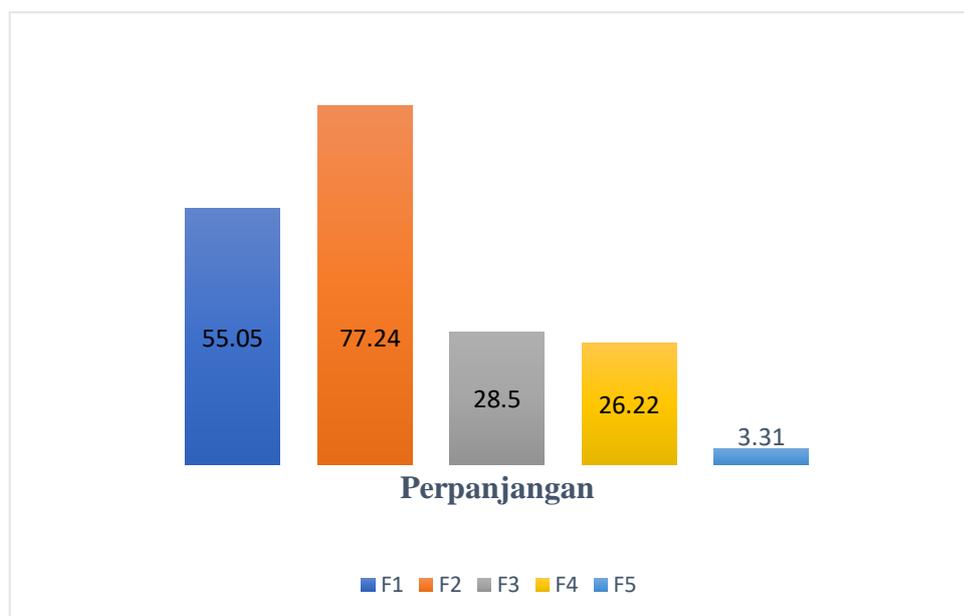

Gambar 6. Hasil Uji Pemanjangan *Edible film*

Pemanjangan ini berbanding terbalik dengan nilai kuat tarik. Apabila semakin kecil nilai kuat tarik, maka nilai pemanjangan putus akan semakin besar (Rosen et al., 2015).

Hasil dari *edible film* Na-CMC ini penambahan konsentrasi Na-CMC berpengaruh sangat nyata terhadap nilai pemanjangan putus. *Edible film* untuk kemasan makanan yang dikategorikan film adalah yang mempunyai nilai minimal 70% dengan standarisasi JIS (*Japanese Industrial Standart*). Nilai pemanjangan pada penelitian ini hanya F2 yang memenuhi standarisasi JIS untuk dikategorikan aman digunakan sebagai kemasan makanan yaitu 77,24%.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dari kelima formula pada uji daya tarik dan elongasi didapatkan hasil yang dapat memenuhi standar SNI dan JIS, dimana pada uji daya tarik hasil yang berkisar antara 0,5392 – 1,7415 Mpa tidak memenuhi standarisasi SNI (*Standart Nasional Indonesia*) tetapi kelima formula memenuhi standarisasi JIS (*Japanesse Industrial Standar*), dan untuk uji pemanjangan F1- F4 memenuhi standart SNI dan JIS, tetapi pada F5 tidak memenuhi kedua standart tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dari kelima formula yang dapat dijadikan *edible film* dan memenuhi standar kararakterisasi adalah F2 yaitu dengan konsentrasi 4% dan gliserol 2,5ml, F2 memiliki pH 6 yang aman pada mukosa mulut, pada F2 mulai dari uji organoleptis memiliki hasil yang stabil dan pengujian karakteristik *edible film* meliputi ketebalan, daya serap air, daya tarik, dan pemanjangan telah memenuhi standarisasi JIS (*Japanesse Industrial Standar*).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

- a. Na-CMC dapat dijadikan sebagai *edible film* dengan karakteristik yang baik.
- b. Pada penelitian ini F2 dengan konsentrasi 4% merupakan formula terbaik yang dapat dijadikan *edible film* dan memenuhi karakteristik *edible film* yang baik.
- c. F2 dengan konsentrasi 4% dengan 2,5 ml gliserol sebagai *plasticizer* memenuhi standar karakterisasi JIS yang meliputi organoleptis, ketebalan, pH, daya serap air, daya tarik, dan pemanjangan.

#### B. *Saran*

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan penambahan gliserol yang berbeda pada setiap konsentrasi pada formula *edible film* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anker, M., Mats, S., & Anne, M.H. (2000). *Relationship Between the Microstructure and the Mechanical and Barrier Properties of Whey Protein Films*. *J Agric Food Chem*, 48(9), 3806-3816.
- Anindya, K. (2019). Pengaruh *sand filter berteknologi reverse osmosis* dalam proses pengolahan aquadest menggunakan bahan baku air sumur terhadap parameter fisika. *Academic of Universitas Sumatera Utara*, 1(2), 5–28.
- Astuti, A.W. 2011. PKM Pembuatan *Edible film* dari *Semirefine Carrageenan* (Kajian Konsentrasi Tepung SRC dan Sorbitol).
- Bourtoom. T. (2008). *Edible films and coatings : characteristics and properties*. *International Food Research Journal*, 15(3), 237–248.
- Fay, D. L. (2020). Farmasi Dalam prespektif Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–121.
- Fera, M. (n.d.).(2018). Kualitas Fisik *Edible film* Yang Diproduksi Dari Kombinasi Gelatin Kulit Domba Dan Agar (*Gracilaria sp*).
- Gontard, N., Guilbert, S. & Cuq, J.L. 1993. Edible Wheat film : Influence of The main Process Variables on Film Properties of An Edible Wheat Gluten Film. *Jurnal Food Science* 58(1): 206-211.
- Hui, Y.H. 2006. *Handbook of Food Science, Technology, and, Engineering Volume I*. CRC Press, USA, 4-9.
- Ismaya, F. C., Fithriyah, N. H., & Hendrawati, T. Y. (2021). Pembuatan Dan Karakterisasi *Edible film* Dari *Nata De Coco* Dan *Gliserol*. *Jurnal Teknologi*, 13(1), 81–88.
- Jackson, Schuler & Wener. 2009. *Managing Human Resource*. Cengage Learning.
- Jacob, A.M., N. Roni, dan P. Siluh. 2014. *Edible film from Lindur Fruit Starch with Addition of Glycerol and Carrageenan*. *JPHPI* 17(1):14-21.
- JIS (Japanesse Industrial Standard) 2 1707. 1975. Japanese Standards Association.J J-PAL 6 NO. 1(ISSN:2087-3522 DAN E- ISSN:2338-1671)
- Julianti, E. dan M. Nurminah. 2006. *Buku Ajar Teknologi Pengemasan*. Medan: Universitas Sumatera Utara – Press.


- Kemenag. (2019). *quran.kemenag*. Retrieved from surah 269 Al-Baqarah': <https://quran.kemenag.go.id/sura/269>
- Khotimah. K., Diana. P. S., dan Febrianing. D. K. 2006. Karakterisasi *Edible film* Dari Pati Singkong (Manihot utilissima Pohl). PKMP. Universitas Yogyakarta. Yogyakarta
- Krisna, D.A. Dimas. 2011. Pengaruh Regelatinasi dan Modifikasi Hidrotermal Terhadap Sifat Fisik Pada Pembuatan *Edible film* Dari Pati Kacang Merah (*Vigna angularis sp.*). Tesis. Jurusan Mejjister Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Semarang. 154 hal.
- Krochta, J.M. 1994. *Edible Coating And Films To Improve Food Quality*. Technomic Publising Co., Inc., Pennsylvania.
- Lazuardi, G., P dan Edi, C. 2013. Pembuatan dan Karakteristik Bioplastik Berbahan Dasar Kitosan dan Pati Singkong dengan Plasticizer Gliserol. UNESCA Journal of Chemistry 2, no. 3: h. 161-166.
- Mariati. 2001. Karakterisasi Sifat Fisikokimia Pati dan Tepung Garut (*Marantha arundinacea L.*) dari Beberapa Varietas Lokal. [Skripsi]. Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Nosya, M. A. (2016). Pembuatan Mikrokrystal Selulosa dari Tandan Kosong Kelapa Sawit. Bandar Lampung: Fakultas FMIPA Universitas Lampung.
- Nairfana, I. (2021). Karakteristik Fisik *Edible film* Pati Jagung ( *Zea mays L* ) Termomodifikasi Kitosan dan *Gliserol Physical Characteristics of Edible film Made from Corn ( Zea mays L ) Starch Modified with Chitosan and Glycerol*. 7(1), 91–102.
- Nuringtyas, Tri Rini. 2010. Karbohidrat. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nofiandi, D., Ningsih, W., & Putri, A. S. L. (2016). Pembuatan dan Karakterisasi *Edible film* dari Poliblend Pati Sukun-Polivinil Alkohol dengan Propilenglikol sebagai Plasticizer. *Jurnal Katalisator*, 1(2), 1–12.
- Paramawati R. 2001. Kajian Fisik dan Mekanik Terhadap Karakteristik Film Kemasan Organik Dari Zein Jagung [disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Purvitasari, A. 2004. Kajian Pengaturan PH dan Penambahan CMC terhadap Kualitas Produk Sirup Nira Kelapa. Skripsi. Fakultas pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

- Purwanti, A. 2010. "Analisis Kuat Tarik Dan Elongasi Plastik Khitosan Terplastisasi Sorbitol". Yogyakarta: Institute Sains & Teknologi AKPRIND.
- Polnaya, F. J., Ega, L., & Wattimena, D. (2016). Karakteristik *Edible film* Pati Sagu Alami dan Pati Sagu Fosfat dengan Penambahan Gliserol (*Characteristics of Edible film from Native and Phosphate Sago Starches with the Addition of Glycerol*). *Jurnal Agritech*, 36(03), 247.
- Rosen, A., Trauer, T., Hadzi-Pavlovic, D., Parker, G., Patton, J. R., Cronin, M. E., Bassett, D. S., Koppel, A. E., Zimpher, N. L., Thurlings, M., Evers, A. T., Vermeulen, M., Obanya, P., Avsec, S., Nurzarina Amran, Liu, S. H., Petko, D., Aesaert, K., Van Braak, J. Brown, N. (2015). Karakterisasi *Edible film* Dari Pati Propagul Mangrove Lindur (*Bruguiera gymnorrhiza*) Dengan Penambahan CMC sebagai Pemlastis. *Teaching and Teacher Education*, 12(1), 1–17.
- Santoso, B. (2020). *Edible film: Teknologi dan Aplikasinya*.
- Shah, H., Jain, A., Laghate, G., & Prabhudesai, D. (2020). Pharmaceutical excipients. *Remington: The Science and Practice of Pharmacy*, 633–643.
- Siskawardani, dkk., "Pengaruh Konsentrasi Na-CMC (*Natrium Carboxymethyle Cellulose*) dan Lama Sentrifugasi Terhadap Sifat Fisik Kimia Minuman Asam Sari Tebu (*Saccharum officinarum L*)". *Jurnal Bioproses Komoditas Tropis* 1, no. 1 (2013): h. 54-61.
- Skurtys, O., C. Acevedo, F. Pedreschi, J. Enrione, F. Osorio dan J. M. Aguilera. 2009. *Food Hydrocolloid Edible films and Coatings. Department of Food Science and Technology. University Santiago de Chile, Chile*.
- Supeni, G., Cahyaningtyas, A. A., & Fitriana, A. (2015). Karakterisasi Sifat Fisik dan Mekanik Penambahan Kitosan pada *Edible film* Karagenan dan Tapioka Termodifikasi. *Jurnal Kimia Dan Kemasan*, 37(2), 103.
- Surest, A. H dan Satriawan, Dodi. 2010. Pembuatan Pulp Dari Batang Rosella Dengan Proses Soda (Konsentrasi NaOH, Temperatur Pemasakan Dan Lama Pemasakan). *Jurnal Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya*, No. 3, Vol. 17, Agustus 2010.,
- Suriani, A.I. (2008). Mempelajari Pengaruh Pemanasan dan Pendinginan Berulang terhadap Karakteristik Sifat Fisik dan Fungsional Pati Garut (*Marantha Arundinacea*) Termodifikasi. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

- Tongdeesoontorn, W., Mauer, L. J., Wongruong, S., Sriburi, P., & Rachtanapun, P. (2011). *Effect of carboxymethyl cellulose concentration on physical properties of biodegradable cassava starch-based films*. *Chemistry Central Journal*, 5(1), 6.
- Tyas, S. P., & Meinitasari, E. (n.d.). *Inovation Edible film Extract of Basil Leaf ( Ocimum Americanum L ) as Anti Halitosis Inovasi Edible film Ekstrak Daun Kemangi ( Ocimum Americanum L ) sebagai Anti Halitosis*. 33–39.
- Wahyudi. 2009. Karakteristik Pati Ubi Kayu (Manihot Esculenta Crants) Varietas Mentega untuk Pembuatan *Edible film* dengan Penambahan Sodium Tripolyphosphate (STPP). Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Wijaya, S. M., Pitaloka, A. B., & Saputra, A. H. (2014). Sintesis dan Karakterisasi Carboxymethyl Cellulose ( CMC ) dari Selulosa Eceng Gondok ( Eichhornia crassipes ) dengan Media Reaksi Isopropanol Etanol. *International Conference on Advance Material and Practical Nanotechnology (ICAMPN)*, 3(1), 1–11.
- Wijayani, A., Ummah, K., & Tjahjani, S. (2010). Characterization Of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) From Eichornia crassipes (Mart) Solms. *Indonesian Journal of Chemistry*, 5(3), 228–231.
- Yulianti, R., & Ginting, E. (2012). Perbedaan Karakteristik Fisik. *Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 31(2), 131–136.
- Zulharmita et al (2012) 'Pembuatan Mikrokristalin Selulosa dari Ampas Tebu (Saccharum officinarum L.) Zulharmita, Siska Nola Dewi, Mahyuddin Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFARM) Padang', 17(2).

Lampiran 1. Skema kerja *edible film*

Lampiran 2. Proses Pembuatan *Edible film*

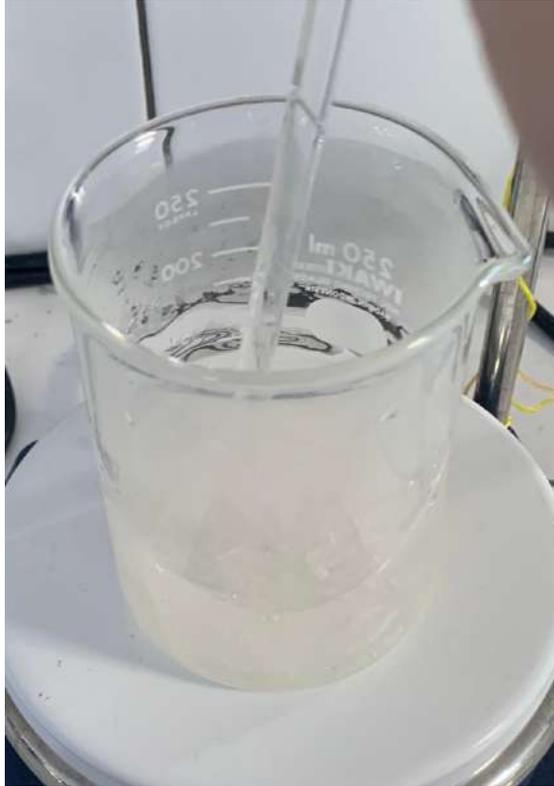

Gambar 7. Pelarutan Na-CMC



Gambar 8. Massa *Edible film* Dituang Dalam Cetakan



Gambar 9. Pengeringan Didalam Oven Suhu 50°C

## Lampiran 3. Alat Pengujian Daya Tarik dan Pemanjangan



Lampiran 3. *Certificate Of Analysis* (COA) Na-CMC

**Sigma-Aldrich**

3050 Spruce Street, Saint Louis, MO 63103, USA  
 Website: [www.sigmaaldrich.com](http://www.sigmaaldrich.com)  
 Email USA: [techserv@sigmaaldrich.com](mailto:techserv@sigmaaldrich.com)  
 Outside USA: [eurtechserv@sigmaaldrich.com](mailto:eurtechserv@sigmaaldrich.com)

**Certificate of Analysis**

Product Name:  
Sodium carboxymethyl cellulose – average Mw ~90,000

Product Number: 419273  
 Batch Number: MKCP3002  
 Brand: ALDRICH  
 CAS Number: 9004-32-4  
 MDL Number: MFCD00061472  
 Quality Release Date: 24 MAR 2021

Test	Specification	Result
Appearance (Color)	White to Off White	White
Appearance (Form)	Powder	Powder
Infrared Spectrum	Conforms to Structure	Conforms
Viscosity C= 4%, H2O at 25 Degrees Celsius	50 - 200 cps	112 cps


  
 Michael Grady, Manager  
 Quality Control  
 Milwaukee, WI US

Sigma-Aldrich warrants, that at the time of the quality release or subsequent retest date this product conformed to the information contained in this publication. The current Specification sheet may be available at [Sigma-Aldrich.com](http://Sigma-Aldrich.com). For further inquiries, please contact Technical Service. Purchaser must determine the suitability of the product for its particular use. See reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.


Version Number: 1 

Page 1 of 1

Lampiran 4. Hasil pengeringan sampel *edible film*

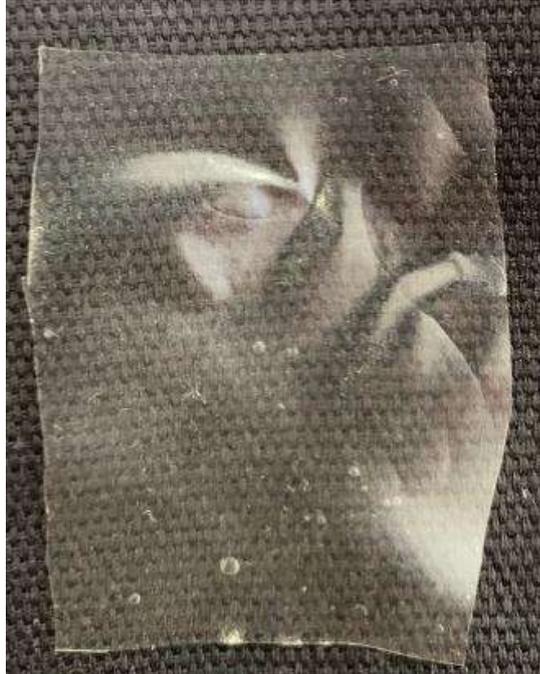

Gambar 10. Formula 1

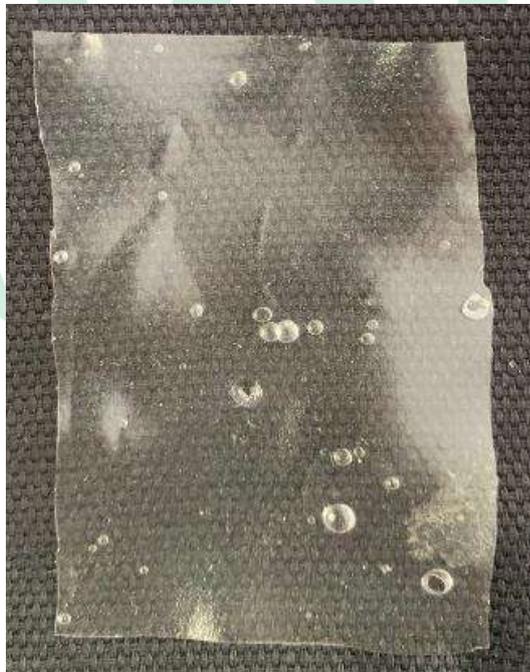

Gambar 11. Formula 2



Gambar 12. Formula 3



Gambar 13. Formula 4



Gambar 14. Formula 5

Keterangan :

- a. F1 konsentrasi 3%
- b. F2 konsentrasi 4%
- c. F3 konsentrasi 5%
- d. F4 konsentrasi 6%
- e. F5 konsentrasi 10%

Lampiran 5. Perhitungan daya serap air *edible film*

Konsentrasi	Berat kering (W <sub>o</sub> )	Berat basah (W)	Hasil
3%	0,4323	0,3113	38,86%
4%	0,4521	0,3302	36,91%
5%	0,4542	0,3332	36,31%
6%	0,6635	0,5437	22,03%
7%	0,9131	0,8001	14,12%

Perhitungan :

1. Konsentrasi 3%

$$\begin{aligned}
 \text{Air (\%)} &= \frac{W - W_o}{W_o} \times 100\% \\
 &= \frac{0,4323 - 0,3113}{0,3113} \times 100\% \\
 &= \frac{0,121}{0,3113} \times 100\% \\
 &= 38,86\%
 \end{aligned}$$

2. Konsentrasi 4%

$$\begin{aligned}
 \text{Air (\%)} &= \frac{W - W_o}{W_o} \times 100\% \\
 &= \frac{0,4521 - 0,3302}{0,3302} \times 100\% \\
 &= \frac{0,1219}{0,3302} \times 100\% \\
 &= 36,91\%
 \end{aligned}$$

3. Konsentrasi 5%


$$\begin{aligned}
 \text{Air (\%)} &= \frac{W - W_o}{W_o} \times 100\% \\
 &= \frac{0,4542 - 0,3332}{0,3332} \times 100\% \\
 &= \frac{0,121}{0,3332} \times 100\% \\
 &= 36,31\%
 \end{aligned}$$

## 4. Konsentrasi 6%

$$\begin{aligned}\text{Air (\%)} &= \frac{W-W_0}{W_0} \times 100\% \\ &= \frac{0,6635-0,5437}{0,5437} \times 100\% \\ &= \frac{0,1198}{0,5437} \times 100\% \\ &= 22,03 \%\end{aligned}$$

## 5. Konsentrasi 10%

$$\begin{aligned}\text{Air (\%)} &= \frac{W-W_0}{W_0} \times 100\% \\ &= \frac{0,9131-0,8001}{0,8001} \times 100\% \\ &= \frac{0,113}{0,8001} \times 100\% \\ &= 14,12 \%\end{aligned}$$

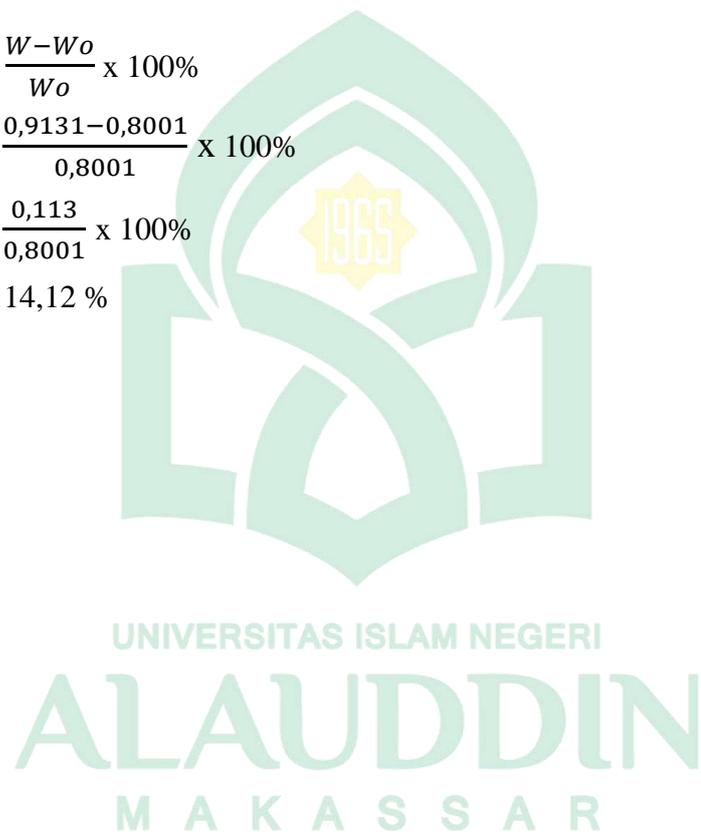

Lampiran 6. Hasil pengujian daya tarik dan pemanjangan *edible film*

## a. Hasil pengujian konsentrasi 3%


**Kementerian Perindustrian**  
 REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**LABORATORIUM PENGGUJI BBSPJIHPMM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Abdulrahman Basalamah, MA No. 28 Makassar 90231  
 Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbhip.kemendperin.go.id E-mail: bbhip@kemendperin.go.id

**LAPORAN PENGUJIAN**  
Nomor : 2.5779/LU-BBHP/IX/2022

Nomor Analisis : P. 5848  
 Tanggal Penerimaan : 05 September 2022  
 Nama Pelanggan : Putri Rizki Amanda  
 Alamat : Farmasi, UIN Alauddin  
 Nama Contoh : Edible Film  
 Keterangan Contoh : Kode 1200.1596.4, Na-CMC 3%, Untuk Analisis Fisika  
 Pengambilan Contoh : -  
 Berita Acara : -  
 Tanggal Analisis : 08 September 2022  
 Tanggal Penerbitan : 12 September 2022  
 Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm <sup>2</sup>	0,7314	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	55,05	IK-MT-30.71

Koordinator Inspeksi Teknis, Pengujian dan Kalibrasi  


Halaman 1 dari 1

## b. Hasil pengujian konsentrasi 4%


**Kementerian Perindustrian**  
 REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**LABORATORIUM PENGUJI BBSPJIHPMM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No. 28 Makassar 50231  
 Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbhp.kemendipn.go.id E-mail: bbhp@kemendipn.go.id

**LAPORAN PENGUJIAN**  
Nomor : 2.5776/LU-BBHP/IX/2022

Nomor Analisis : P 5845  
 Tanggal Penerimaan : 05 September 2022  
 Nama Pelanggan : Putri Rizki Amanda  
 Alamat : Farmasi, UIN Alauddin  
 Nama Contoh : Edible Film  
 Keterangan Contoh : Kode 1200.1596.1, Na-CMC 4%, Untuk Analisis Fisika  
 Pengambilan Contoh : -  
 Berita Acara : -  
 Tanggal Analisis : 08 September 2022  
 Tanggal Penerbitan : 12 September 2022

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm <sup>2</sup>	0,5392	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	77,24	IK-MT-30.71

Koordinator Inspeksi Teknis, Pengujian dan Kalibrasi  


ORIGINAL

## c. Hasil pengujian konsentrasi 5%


**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
 REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**LABORATORIUM PENGUJI BBSPJIHPMM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No. 28 Makassar 90231  
 Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbhp.kemendperin.go.id E-mail: bbhp@kemendperin.go.id

---

**LAPORAN PENGUJIAN**  
Nomor : 2.5777/LU-BB/HP/IX/2022



Nomor Analisis : P. 5846  
 Tanggal Penerimaan : 05 September 2022  
 Nama Pelanggan : Putri Rizki Amanda  
 Alamat : Farmasi, UIN Alauddin  
 Nama Contoh : Edible Film  
 Keterangan Contoh : Kode 1200.1596.2, Na-CMC 5%, Untuk Analisis Fisika  
 Pengambilan Contoh : -  
 Berita Acara : -  
 Tanggal Analisis : 08 September 2022  
 Tanggal Penerbitan : 12 September 2022  
 Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm <sup>2</sup>	1,1315	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	28,50	IK-MT-30.71

  
 Koordinator Inspeksi Teknis Pengujian dan Kalibrasi



ORIGINAL

## d. Hasil pengujian konsentrasi 6%


**Kementerian Perindustrian**  
 REPUBLIK INDONESIA

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**LABORATORIUM PENGUJI BBSPJIHPMM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No. 29 Makassar 90231  
 Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbhp.kemperin.go.id E-mail: bbhp@kemperin.go.id

**LAPORAN PENGUJIAN**  
Nomor : 2.5778/LU-BBHP/IX/2022

Nomor Analisis : P. 5847  
 Tanggal Penerimaan : 05 September 2022  
 Nama Pelanggan : Putri Rizki Amanda  
 Alamat : Farmasi, UIN Alauddin  
 Nama Contoh : Edible Film  
 Keterangan Contoh : Kode 1200.1595.3, Na-CMC 6%, Untuk Analisis Fisika  
 Pengambilan Contoh : -  
 Berita Acara : -  
 Tanggal Analisis : 08 September 2022  
 Tanggal Penerbitan : 12 September 2022

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm <sup>2</sup>	1,2836	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mlur	%	26,22	IK-MT-30.71

Koordinator Inspeksi Teknis, Pengujian dan Kalibrasi  
  
 MAMANG

Catatan: ...tersebut diatas

Halaman 1 dari 1

## e. Hasil pengujian konsentrasi 10%


**BADAN STANDARDISASI DAN KEBYAKUAN JASA INDUSTRI**  
**LABORATORIUM PENGUJI BBSPJIHPMM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasaliemah, MA No. 28 Makassar 90231  
 Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441136 WebSite: www.bbhip.kemendagri.go.id E-mail: bbhip@kemendagri.go.id

---

**LAPORAN PENGUJIAN**  
Nomor : 2.8186/LU-BBSPJIHPMM/XII/2022

Nomor Analisis : P. 8103  
 Tanggal Penerimaan : 11 November 2022  
 Nama Pelanggan : Putri Rizki Amanda  
 Alamat : Farmasi, UIN Alauddin  
 Nama Contoh : Edible Film  
 Keterangan Contoh : Kode 1595.2165.1, Na-CMC 10%, Keadaan Contoh Baik, Untuk Analisis Fisika  
 Pengambilan Contoh : -  
 Berita Acara : -  
 Tanggal Analisa : 14 November 2022  
 Tanggal Penerbitan : 02 Desember 2022

Sebelum dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tank	N/mm <sup>2</sup>	1,7415	IK-MT-28.01
Kuat Mulur	%	3,31	IK-MT-28.01

  
 Koordinator Inspeksi Teknis, Pengujian dan Kalibrasi  
  
**MAMANG**

## RIWAYAT HIDUP



Putri Rizki Amanda, Penulis ini lahir di Sumbawa pada tanggal 15 Mei 1998, anak pertama dari pasangan bapak Imanuddin dan ibu Maudara. Penulis ini Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menempuh pendidikan dari SD Negeri 2 Sumbawa Besar pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sumbawa Besar hingga tamat pada tahun 2014. Setelah itu, melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 2 Sumbawa besar dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama berkuliah di UIN Alauddin Makassar, penulis pernah aktif dalam Lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi.

Berkat segala doa, usaha dan dukungan dari orang-orang terkasih alhamdulillah Allah Shubhanahu Wa Ta'ala berikan kemudahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembuatan Dan Karakterisasi *Edible film* Dari Natrium karboksimetil Selulosa (Na-CMC)”