

**PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN PEMASAK DAN LAMA  
PEMASAKAN PADA PROSES DELIGNIFIKASI CAMPURAN  
PELEPAH PISANG (*Musa paradisiaca*, Linn) DAN TANDAN  
KOSONG KELAPASAWIT (*Elaeis guineensis jac*)  
UNTUK PEMBUATAN PULP**



**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Oleh:**  
**IKA FARIATI**  
**NIM: 60500111024**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Ika Fariati  
NIM : 60500111024  
Tempat/Tgl. Lahir : Bima/26 September 1993  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Sahrul Yasin Limpo Samata-Gowa  
Judul : Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak Dan Lama Pemasakan Pada Proses Delignifikasi Campuran Pelepah Pisang (*Musa Paradisiaca, Linn*) Dan Tandan Kosong Kelapasawit (*Elaeis Guineensis Jac*) Untuk Pembuatan Pulp


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibua toleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dangelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Samata-Gowa, Mei 2017

Penyusun

**IKA FARIATI**  
**60500111010**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta ridho-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul **“Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak dan Lama Pemasakan Pada Proses Delignifikasi Pelepah Pisang dan Tandan Kosong Kelapa Sawit Untuk Pembuatan Pulp”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak terkhususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Azis dan Ibunda Sri Nani yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dukungan baik moral maupun materi serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Musafir Pabbabari, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra Sitti Chadijah.,M.Si dan ibu Wa Ode Rustiah S.Si.,M.Si selaku dosen pembimbing atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Segenap kakak laboran Kak Fitria Azis, S.Si.,S.Pd, Kak Andi Nurahma, S.Si, Kak Ismayanti, S.Si, Kak Nuraini, S.Si, Kak Ahmad Yani, S.Si dan Kak Awaluddin, S.Si
7. Sepupu-sepupuku tercinta Khaeruddin, S.Hi dan Imam dzulfan serta teman-teman Pondok Amanah yang senantiasa mendukung dan menghibur.
8. Teman-teman khususnya Kimia angkatan 2011.

Dalam penulisan proposal ini penulis menyadari masih banyak kesalahan-kesalahan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi kelak. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin YaRobbal ‘Alamin....

Samata-Gowa, Oktober 2016

IKA FARIATI  
NIM. 60500111024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>(iv-v)</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>(vi-vii)</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>(1-5)</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>(6-21)</b>
A. Kertas .....	6
B. Tinjauan Umum .....	7
C. Pulp .....	11
D. Proses Delignifikasi.....	15
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>(22-26)</b>
A. Waktu dan Tempat .....	22

B. Alat dan Bahan.....	22
C. Prosedur Kerja.....	23
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>(27-34)</b>
A. Hasil pengamatan.....	27
B. Pembahasan.....	29
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>(36-37)</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>(38-66)</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> pelepah pisang.....	10
<b>Gambar 2.2</b> struktur selulosa.....	17



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 komposisi kimia tandan kosong kelapa sawit.....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 4.1 analisis uji kadar air.....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4.2 analisis uji kadar abu.....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4.3 penentuan konsentrasi optimum.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4.4 penentuan rendemen.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4.5 penentuan waktu optimum.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4.6 penentuan rendemen.....</b>	<b>30</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran I Skema / bagan penelitian pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit untuk pembuatan *pulp*.....38**

**Lampiran II Dokumentasi penelitian pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit untuk pembuatan *pulp*.....43**

**Lampiran III Hasil perhitungan penelitian pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit untuk pembuatan *pulp*.....47**



## ABSTRAK

**Nama : Ika Fariati**

**Nim : 60500111024**

**Judul : Pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit untuk pembuatan pulp**

---

Pulp merupakan bahan baku pembuatan kertas dan senyawa-senyawa kimia turunan selulosa. Pada umumnya proses pembuatan pulp diantaranya dilakukan dengan proses mekanis, kimia dan semikimia. Mengingat potensi pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit yang pemanfaatannya belum optimal. Maka dari itu diteliti pemanfaatan campuran pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit untuk pembuatan pulp. Proses pembuatan pulp divariasikan berdasarkan konsentrasi NaOH. Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pada konsentrasi 3 % menghasilkan kadar selulosa 34,14 % sedangkan pada konsentrasi 11 % terdapat kadar selulosa yang dihasilkan menurun disebabkan karena ikatan-ikatan inti selulosa terputus. Makin lama pemasakan rendemen pulp makin tinggi dan kandungan selulosa semakin tinggi. Kondisi variabel pemasakan terbaik pada penelitian ini yaitu pada konsentrasi 9 %, temperatur pemasakan 120 °C dan waktu pemasakan 150 menit yaitu berat rendemen pulp 45,57 % dan kandungan selulosa 47,14 %.

Kata kunci : pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit, NaOH, konsentrasi pemasakan dan lama pemasakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Name : Ika Fariati**

**Nim : 60500111024**

**Title : The influence of concentration solution and time taken maturation the stem of banana and empty bunchs palm tree in delignification solution process for Pulp producing**

---

Pulp is one of the main substance in producing paper and chemical compound of cellulose duplicate. In general, the process of producing Pulp which is doing with mechanism process, chemical compound and semi chemical. Remind that the stem of banana potencial and the empty bunchs of palm tree which is the utilization still not optimal. Because of that, the experiment was did. The Pulp process doing with basic variation of NaOH concentrate. Based on the experiment that has been doing it conclude: in 3% concentrate it produce 34.4% degree of cellulose whereas, in 5% concentrate it produce degree of cellulose excelsior with adding concentrate. In concentrate of 11% it deficit because the main bond of cellulose is broken up. Getting more in maturation. The Pulp of Rendemen increased more and the contain of cellulose aslo increased. The best variabel condition of maturation in this experiment is put in 9% NaOH concentrated. The temperature of maturation is 120% and it took 150 minute in maturation. The weight of Pulp Rendemen is 45.7% and the cellulose contain is 47.14%.

**Keywords :** stem of banana, empty bunchs palm tree and Maturation NaOH concentration and time maturation.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar belakang***

Kertas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di dunia. Karena kertas sangat berfungsi sebagai media untuk pembelajaran, perdagangan dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu produsen kertas yang berencana menjadi produsen pulp dan kertas terbesar dunia. Pembuatan pulp dan kertas di Indonesia pada umumnya menggunakan kayu hutan seperti pinus. Eksploitasi hutan yang terus menimbulkan banyak masalah penggundulan hutan dan isu pemanasan global serta semakin menipisnya cadangan kayu dan luas hutan di Indonesia. Maka dari itu salah satu alternatif bahan baku lain yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pulp dan kertas yaitu pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit.

Bahan utama pembuat kertas adalah dari bahan-bahan yang mengandung selulosa. Pada dunia perindustrian pelepah pisang dikategorikan sebagai suatu limbah pertanian yang pemanfaatannya belum optimal, padahal didalamnya terdapat potensi bahan baku yang sangat berlimpah dan memiliki karakteristik serat yang baik sehingga cocok sebagai bahan baku pembuatan pulp untuk industri kertas. Pelepah pisang memiliki kandungan selulosa sebanyak 64 %, kandungan lignin 5 % dan sisanya hemiselulosa. Serat pelepah pisang dapat

dibuat kertas seperti kertas gambar, peta, koran, cek, dan dokumen penting lainnya.<sup>1</sup>

Selain dari pelepah pisang, tandan kosong kelapa sawit (TKKS) (*Elaeis Guineensis Jac*) juga merupakan bahan berselulosa. Bahan ini merupakan limbah pertanian yang belum termanfaatkan secara optimal dan jumlahnya cukup melimpah. Selain itu, bahan ini tidak berbenturan dengan kebutuhan pangan. TKKS tersedia cukup melimpah dan selama ini kurang dimanfaatkan secara optimal selain itu juga kandungan selulosanya cukup tinggi (45%).<sup>2</sup>

Campuran bahan yang digunakan diharapkan dapat memiliki kualitas kertas yang sangat bagus sehingga dapat digunakan secara optimal dalam dunia perindustrian kertas. Pada pelepah pisang memiliki kandungan selulosa yang tinggi dan kandungan lignin yang sangat rendah, sedangkan pada TKKS memiliki kandungan selulosa cukup tinggi dan lignin 15-20 %.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Thaha/20 ayat 53 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ  
أَنْبَاتًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahannya :

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air

<sup>1</sup>Zulferiyenni. Proses Pembuatan Pulp Berbasis Ampas Tebu: Batang Pisang Dengan Metode Acetosolve. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian*, Vol. 14, No. 1 (Maret : 2009) h. 90-91


<sup>2</sup>Annisa Suri. Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Bioetanol Dari Fermentasi Glukosa Hasil Hidrolisis Selulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit( *Elaeis Guineensis Jack* ) Dengan Hcl 30% Menggunakan Ragi Roti. *Jurnal Saintia Kimia*, Vol. 1, No. 2 ( 2013) h. 2


hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Menurut tafsir al-misbah ayat diatas menjelaskan bahwa kuasa dan pengaruh Allah Swt serta penciptaan-Nya yang sempurna. Allah Swt telah menjadikan bagi kamu, wahai fir'aun dan seluruh manusia, sebagian bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebgian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Allah yang telah menjadikan bagimu dibumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air hujan, sehingga terciptanya sungai-sungai dan danau, maka tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan sesuatu yang ia inginkan dan apapun yang ia kehendaki atas makhluk-makhluk yang ia ciptakan ia dapat menjadikannya bermakna dari masing-masing penciptaanya. Allah swt tidak akan menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Begitu juga dalam proses pembuatan *pulp* ini, digunakan pelepah pisan dan TKKS sebagai bahan dasar dalam pembuatan *pulp*. Hal ini dikarenakan mengingat kedua bahan ini merupakan limbah industri yang memiliki potensi yang luar biasa tapi pemanfaatannya belum optimal.

Hal ini juga Allah tegaskan Q.S Ali'imran/03 ayat 191 :



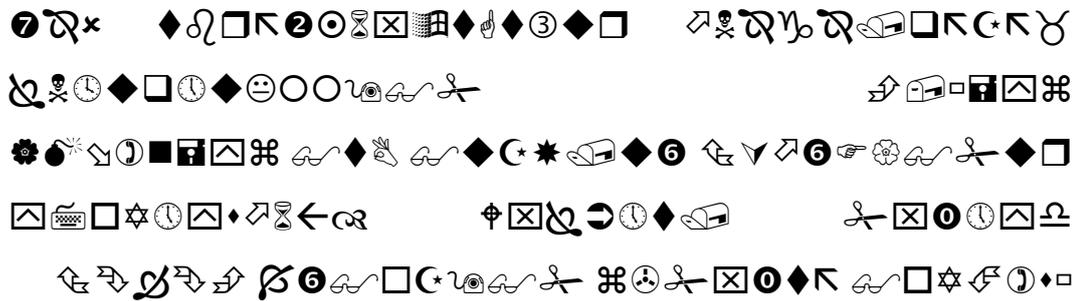

Terjemahannya :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Menurut al-misbah ayat diatas menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai *Ulul Albab*, yang disebut pada ayat lalu. Mereka adalah orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang terus mengingat Allah swt. Tuhan kami tidaklah engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. Maha suci engkau dari semua itu. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami dari siksa neraka. Karena Tuhan kami, kami tahu dan yakni benar bahwa sesungguhnya siapa yang engkau masukkan kedalam neraka, maka sesungguhnya telah engkau binakan dia dengan mempermalukannya di hari kemudian sebagai orang yang zalim serta menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Tidak ada satupun yang dapat membelanya dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim siapa pun satu penolongnya.

*Pulp* merupakan bahan baku pembuatan kertas dan senyawa-senyawa kimia turunan selulosa. *Pulp* dapat dibuat dari berbagai jenis kayu, bambu dan rumput-rumputan. *Pulp* adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatan baik secara mekanis, semi kimia dan kimia. *Pulp* terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemi selulosa) sebagai bahan baku kertas. Proses pembuatan *pulp* diantaranya dilakukan dengan proses mekanis, kimia, dan semi kimia. Bahan dasar pembuatan *pulp* terutama adalah selulosa yang banyak dijumpai pada hampir semua jenis tumbuh-tumbuhan sebagai pembentuk dinding sel.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak dan Lama Pemasakan pada Proses Delignifikasi Campuran Pelepah Pisang (*Musa paradisiaca*, Linn) Dan Tandan Kosong Kelapa Sawit ( *Elaeis guineensis jack* ) Untuk Pembuatan*Pulp*“.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapakah konsentrasi optimum larutan pemasak pada proses delignifikasi pada campuran pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dapat menghasilkan *pulp* rendemen tinggi ?

---

<sup>3</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 38

2. Berapa waktu optimum pada proses delignifikasi pada campuran pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dalam menghasilkan *pulp* rendemen tinggi ?

### **C. Tujuan Penelitian**


Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan konsentrasi optimum larutan pemasak pada proses delignifikasi pada campuran pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dalam menghasilkan *pulp* rendemen tinggi.
2. Untuk menentukan waktu optimum pada proses delignifikasi pada campuran pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dalam menghasilkan *pulp* rendemen tinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada pembaca bahwa proses delignifikasi pada campuran pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dapat menghasilkan *pulp* rendemen tinggi.
2. Memberikan informasi kepada peneliti tentang konsentrasi optimum larutan pemasak NaOH dapat menghasilkan *pulp* rendemen tinggi.
3. Dapat menjadi bahan motivasi dan referensi untuk ide-ide selanjutnya.
4. Memperluas pengetahuan dan pembelajaran tentang pengolahan limbah pelepah batang pisang dan TKKS bagi pekebun.

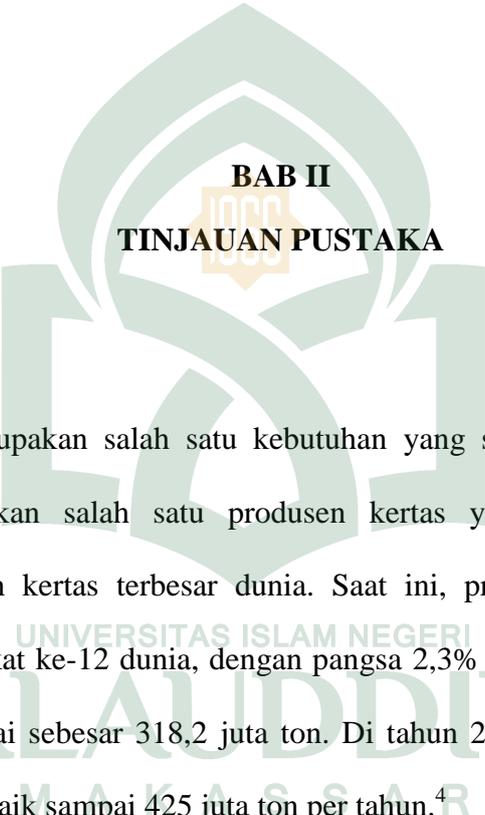

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kertas

Kertas merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di dunia. Indonesia merupakan salah satu produsen kertas yang berencana menjadi produsen *pulp* dan kertas terbesar dunia. Saat ini, produksi kertas Indonesia menduduki peringkat ke-12 dunia, dengan pangsa 2,3% dari total produksi dunia yang mencapai nilai sebesar 318,2 juta ton. Di tahun 2010, kebutuhan proyeksi kertas dunia akan naik sampai 425 juta ton per tahun.<sup>4</sup>

Kertas ditemukan pada tahun 105 M oleh seorang pegawai Negeri Kerajaan yaitu Ts'ai Lun. Penggunaan kertas meluas di seluruh Cina pada abad ke-2, dan dalam beberapa abad saja Cina sudah sanggup mengekspor kertas ke negara-negara Asia. Teknik pembuatan kertas menyebar ke seluruh dunia Arab

---

<sup>4</sup>Zulferiyenni. Proses Pembuatan Pulp Berbasis Ampas Tebu: Batang Pisang Dengan Metode Acetosolve. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian*, Vol. 14, No. 1 (Maret : 2009) h. 90

dan baru pada Abad ke-12 orang-orang Eropa mulai mempelajari teknik membuat kertas. Sesudah itulah pemakaian kertas mulai berkembang luas dan setelah Gutenberg menemukan mesin cetak modern, kertas menggantikan kedudukan kulit kambing sebagai sarana tulis-menulis.<sup>5</sup>

Keberadaan kertas dalam kehidupan manusia cukup penting, karena kertas berfungsi sebagai pencatat ilmu pengetahuan, media untuk promosi perdagangan, sarana untuk menyampaikan pikiran serta gagasan dan lain-lain. Diatas permukaannya terletak berbagai informasi yang ingin disampaikan, misalnya tulisan atau gambar. Sejalan dengan laju perkembangan perekonomian Indonesia, maka konsumsi kertas terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>6</sup>

Hal ini memberikan dampak laju<sup>7</sup>rusakan hutan pada periode 2001-2004 meningkat menjadi 3,6 juta hektar pertahun karena penggunaan kayu untuk industri *pulp*. Tahun 2010, kebutuhan proyeksi kertas dunia diperkirakan akan naik sampai 425 juta ton pertahun. Maka pemerintah perlu mencari alternatif bahan baku lain yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku *pulp* dan kertas. Salah satu alternatif lain yang digunakan untuk pembuatan *pulp* yaitu pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan umum**

---

<sup>5</sup>Susi yunita. Pemanfaatan Sekam Padi dan Pelepah Pohon Pisang Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Kertas Berkualita. *Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama*. Vol. 9, No. 1 (Juni : 2008) h. 44

<sup>6</sup>Susi yunita. Pemanfaatan Sekam Padi dan Pelepah Pohon Pisang Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Kertas Berkualita. *Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama*. Vol. 9, No. 1 (Juni : 2008) h. 44-45.

<sup>7</sup>Zulferiyenni. Proses Pembuatan Pulp Berbasis Ampas Tebu: Batang Pisang Dengan Metode Acetosolve. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian*, Vol. 14, No. 1 (Maret : 2009) h. 90

### 1. *Pelepah pisang (Musa paradiciasa)*

Salah satu masalah yang di alami oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masalah limbah terutama limbah pelepah pisang. Di Indonesia sendiri, penanaman pisang terutama Pisang Kepok (*Musa paradiciasa*) banyak di temukan di Kalimantan. Produksi pisang di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2012 adalah sebesar 87.362 ton dari luas panen 1.877 Ha. Hal ini mengakibatkan banyaknya limbah pelepah pisang yang semakin menumpuk.<sup>8</sup>

Pelepah pisang juga memiliki jaringan selular dengan pori-pori yang saling berhubungan, serta apabila telah dikeringkan akan menjadi padat menjadikannya suatu bahan yang memiliki daya serap yang cukup bagus. Menurut Didit (2012), Maharani dalam penelitiannya membuat bahan peredam suara dari serat batang pisang kepok dan mampu meredam bunyi lebih tinggi dari pada pisang raja, pisang susu dan pisang batu yaitu sebesar 63% untuk frekuensi 200 Hz, kemampuan serat batang pisang kepok dalam meredam bunyi pada ferkuensi rendah 125 hertz hingga 51 persen, tetapi pada frekuensi 160 hertz tidak sampai meredam 21 persen. Sedangkan pada frekuensi tinggi 2.000 hertz, bisa meredam sampai 55 persen dan pada frekuensi 1.600 hertz hanya 40 persen. Pelepah batang Pisang (*Musa paradiciasa*) mempunyai limbah yang melimpah dan mudah untuk diperoleh serta kandungannya yang terdiri atas kurang lebih 64% selulosa, 5% lignin dan sisanya hemiselulosa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Yusuf Ma'rifat. Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Pembuatan *Sodium Carboxymethylcellulose* (Na-Cmc) Dari Limbah Pelepah Batang Pisang Kepok (*Musa Paradiciasa*). Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta : 2014) h. 1

<sup>9</sup>Khusnul Khotimah. Sifat Penyerapan Bunyi Pada Komposit Serat Batang Pisang (Sbp) – Polyester. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA)*. Vol. 1, No. 1 (Januari 2015) h. 93



**Gambar 2.1:** *Pelepah Pisang*

## **2. Tandan kosong kelapa sawit (*elaeis guineensis jacq.*)**

Tandan kelapa sawit (TKS) adalah bagian dari pohon kelapa sawit yang berfungsi sebagai tempat untuk buah kelapa sawit. Setiap TKS mengandung 62–70% buah dan sisanya adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) (Naibaho, 1998). Pengolahan 1 ton TKS segar dalam produksi minyak sawit akan dihasilkan limbah TKKS sebesar 23%.<sup>10</sup>

Pengolahan TKKS belum dimanfaatkan secara optimal oleh sebagian besar pabrik kelapa sawit di Indonesia karena sebagian besar pabrik masih membakar TKKS dalam *incinerator*. Alternatif pengolahan lainnya adalah dengan cara menimbun (*open dumping*), dijadikan mulsa, atau diolah menjadi kompos. Namun karena kendala seperti waktu pengomposan yang cukup lama sampai 6 – 12 bulan, maka cara tersebut kurang diminati oleh pabrik kelapa sawit. Sehingga

---

<sup>10</sup>Siti nur azizah. Skrining bakteri selulolitik asal *vermicomposting* tandan kosong kelapa sawit. *Skripsi* (Maret : 2013) h. 4

limbah TKKS tersebut masih tetap dijumpai setiap hari berupa tumpukan dalam jumlah besar yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.<sup>11</sup>

Bahan berserat yang diharapkan dapat mendukung upaya tersebut adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang merupakan limbah dari industri pengolahan minyak kelapa sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan menyatakan bahwa pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang berkapasitas 30 ton minyak kelapa sawit (*crude palm oil* atau CPO) menghasilkan 35 ton TKKS (Anonim, 1998a dan 1998b). Data terakhir menunjukkan bahwa produksi CPO Indonesia pada tahun 2007 mencapai 17,3 juta ton (Anonim, 2008), yang berarti menghasilkan TKKS sebanyak 17,3-20,1 juta ton. TKKS saat ini hanya digunakan sebagai bahan bakar ketel pabrik minyak kelapa sawit, kompos, dan pupuk kalium. Namun pemanfaatan tersebut belum memberikan nilai tambah yang optimal.<sup>12</sup>

**Tabel 2.1** : Komposisi kimiawi tandan kosong kelapa sawit :<sup>13</sup>

Komponen	A	B	C	D
Kadar abu	6,04	6,23	6,59	1,23
Selulosa	35,81	37,5	38,76	45,95
Lignin	15,70	20,62	22,23	16,49

<sup>11</sup>Siti nur azizah. Skrining bakteri selulolitik asal *vermicomposting* tandan kosong kelapa sawit. *Skripsi* (Maret : 2013) h. 4

<sup>12</sup>Han Roliadi. Pembuatan dan kualitas karton seni dari campuran pulp tandan kosong kelapa sawit, sludge industri kertas, dan pulp batang pisang. *Jurnal* Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. h. 4

<sup>13</sup>Siti nur azizah. Skrining bakteri selulolitik asal *vermicomposting* tandan kosong kelapa sawit. *Skripsi* (Maret : 2013) h. 4

Hemiselulosa	27,01	-	-	22,84
Holoseululosa	-	66,07	67,88	-

Sumber: A: Pratiwi *et al* (1998), B: Guritno *et al* (1998), C: Darnoko (2000) dalam Kahfi (2007); D: Afriani (2011).

### C. *Pulp*

*Pulp* merupakan hasil proses peleburan kayu atau bahan berserat lainnya secara mekanis, kimia, maupun semikimia sebagai dasar pembuatan kertas dan turunan selulosa lainnya seperti sutera rayon dan selofan. *Pulp* dikenal juga dengan sebutan bubur kayu ataupun bubur kertas.<sup>14</sup>

*Pulp* sendiri dapat dibuat dari senyawa-senyawa kimia turunan selulosa, ia dapat dibuat dari berbagai jenis kayu, bambu, dan rumput-rumputan melalui berbagai proses pembuatan baik secara mekanis, semikimia, dan kimia. *Pulp* terdiri dari serat-serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas.<sup>15</sup>

Bahan yang berselulosa dapat diolah dengan lebih lanjut menjadi kertas, rayon, selulosa asetat dan turunan selulosa yang lain. Sebagai bahan baku *pulp* dipakai bahan baku jerami dan merang dan meningkat menjadi bahan baku bambu, ampas, tebu, pohon kapas, serat dan jenis rumput-rumputan.<sup>16</sup>

Tujuan utama pembuatan *pulp* adalah untuk melepaskan serat-serat yang dapat dilakukan secara kimia, mekanis atau kombinasi kimia dan mekanis. *Pulp*

<sup>14</sup>Rita Yusnelly. Pemanfaatan Daun Nenas (*Ananas Cosmosu*) Dalam Pembuatan Pulp Dengan Menggunakan Metode Acetosolv, h.3.

<sup>15</sup>Dodi Satriawan. *Pembuatan Pulp Dari Batang Rossela Dengan Proses Soda* (Jurnal Teknik Kimia: Semarang, 2010) h.3.

<sup>16</sup>Susilowati. *Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Dari Limbah Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp Dengan Proses Organosolv* (Jatim: Teknik Kimia FTI, 2012), h.3.

yang dihasilkan dari setiap proses pembuatan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pemilihan jenis proses pembuatan *pulp* tergantung pada spesifikasi serat bahan baku dan produk yang diinginkan.<sup>17</sup>

*Pulp* akan mempunyai sifat fisik atau kekuatan yang baik apabila mengandung sedikit lignin. Hal ini karena lignin bersifat menolak air dan kaku sehingga menyulitkan dalam proses penggilingan. Kadar lignin untuk bahan baku kayu 20-35 %, sedangkan untuk bahan non-kayu lebih kecil lagi.<sup>18</sup>

Menurut komposisinya *pulp* dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Pulp* kayu (wood pulp)

*Pulp* kayu adalah *pulp* yang berbahan baku kayu, *pulp* kayu dibedakan menjadi:

a. *Pulp* kayu lunak (soft wood pulp)

Jenis kayu lunak yang umum digunakan berupa jenis kayu berdaun jarum (Needle Leaf) seperti Pinus Merkusi, *Agatis Loranthifolia* dan *Albizza Folcata*.

b. *Pulp* kayu keras (hard wood pulp)

Pada umumnya serat ini terdapat pada jenis kayu berdaun lebar (long leaf) seperti kayu Oak.

2. *Pulp* bukan kayu (non wood pulp)

Pada saat ini *pulp* non kayu yang dihasilkan digunakan untuk memproduksi kertas meliputi: percetakan dan kertas tulis, linerboard,

---

<sup>17</sup>Rica Supriyanti. Pemanfaatan Ampas Tebu (*Bagasse*) Dalam Pembuatan Pulp Dengan Menggunakan Metode Acetosolv. h.7.

<sup>18</sup>Dodi Satriawan. *Pembuatan Pulp Dari Batang Rossela Dengan Proses Soda*. h,3.

medium berkerut, kertas koran, tisu, dan dokumen khusus. *Pulp* non kayu yang umum digunakan biasanya merupakan kombinasi antara *pulp* non kayu dengan *pulp* kayu lunak kraft atau sulfit yang ditambahkan untuk menaikkan kekuatan kertas. Karakteristik bahan non kayu mempunyai sifat fisik yang lebih baik daripada kayu lunak dan dapat digunakan di dalam jumlah yang lebih rendah bila digunakan sebagai pelengkap sebagai bahan pengganti bahan kayu lunak.<sup>19</sup>

Proses pembuatan *pulp* secara kimia adalah proses pembuatan *pulp* menggunakan bahan kimia sebagai bahan utama untuk melarutkan bagian-bagian kayu yang tidak diinginkan. Prinsip dari pembuatan *pulp* secara kimia yaitu mendegradasi dan melarutkan lignin sehingga serat-serat yang terdapat dalam bahan baku mudah terlepas.<sup>20</sup>

Tiga macam proses pembuatan *pulp* secara kimia yaitu proses soda, proses sulfat atau kraft dan proses sulfit, masing-masing menggunakan larutan peiasak yang berbeda. Proses sulfat dan proses soda keduanya disebut proses basa sedangkan proses sulfite disebut proses asam. Proses pembuatan *pulp* dengan proses dasar, dimana larutan pemasak menggunakan NaOH, sedangkan proses

---

<sup>19</sup>Susilowati. *Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Dari Limbah Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp Dengan Proses Organosolv*. h.3-4.

<sup>20</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 38

sulfat NaOH, Na<sub>2</sub>S dan Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dan proses sulfit (asam) digunakan larutan pemasak garam sulfit.<sup>21</sup>

Syarat– syarat bahan baku yang digunakan dalam *pulp* yakni :<sup>22</sup>

- Berserat
- Kadar alpha selulosa lebih dari 40%
- Kadar ligninnya kurang dari 25 %
- Kadar air maksimal 10 %
- Memiliki kadar abu yang kecil

Faktor – faktor yang mempengaruhi mutu *pulp* yaitu :<sup>23</sup>

#### 1. Panjang serat

Panjang serat akan mempengaruhi kekuatan kertas, dimana kekuatan kertas tak begitu penting. Sehingga, harus dicampurkan dengan dengan serat panjang. Hal ini penting agar lembaran yang terbentuk dapat lancar berjalan diatas mesin kertas tanpa terputus-putus. Klasifikasi panjang serat menurut klemm sebagai berikut :

- Serat panjang : 2,0 – 3,0 mm
- Serat sedang : 1,0 – 2,0 mm
- Serat pendek : 0,1 – 1,0 mm

#### 2. Kadar selulosa

---

<sup>21</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 38

<sup>22</sup>Susilowati. *Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Dari Limbah Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp Dengan Proses Organosolv* (Jatim: Tehnik Kimia FTI, 2012), h.3.

<sup>23</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 39-40

### 3. Kadar abu dan kadar silica ( $\text{SiO}_2$ )

Adanya abu dalam *pulp* akan menyebabkan menurunkan kualitas *pulp*, sedangkan adanya silikat dalam abu yang tinggi akan mengakibatkan pergerakan didalam digester. Kadar abu dalam *pulp* diperkirakan sebesar 8 – 12% untuk bahan baku non kayu.

### 4. Kadar lignin

### 5. Bilangan kappa

Bilangan kappa adalah jumlah milliliter kalium permanganat ( $\text{KMnO}_4$ ) 0,1 N yang terpakai oleh 1 gram *pulp* kering tenur sesuai kondisi standar. Bilangan kappa ditentukan untuk mengetahui kandungan lignin yang terdapat didalam *pulp*.

Kriteria bagi keberhasilan proses pembuatan *pulp* kimia adalah kualitas produk dan perolehan *pulp* tinggi, sedikit menggunakan air dan tingkat daur ulang bahan kimia tinggi. Dalam praktek metode-metode pembuatan *pulp* kimia berhasil memisahkan sebagian besar lignin, tetapi juga melarutkan sejumlah tertentu hemiselulosa dan selulosa sehingga diperoleh *pulp* relatif rendah dibandingkan dengan pembuatan *pulp* mekanik. Perolehan *pulp* kimia biasanya berada dalam rentang 40-50%. Bahan utama pembuat kertas adalah dari bahan-bahan yang mengandung selulosa.<sup>24</sup>

#### 1. Selulosa


Selulosa adalah suatu polisakarida yang tak larut dalam air dan merupakan zat pembentuk kulit sel tanaman. Selulosa terdapat lebih dari 50% dalam kayu,

---

<sup>24</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 38

bewarna putih, mempunyai kulit tarik yang besar dan mempunyai rumus kimia ( $C_6H_{10}O_5$ ). Selain terdapat dalam kayu, selulosa juga terkandung dalam beberapa tanaman lain seperti pelepah pohon pisang dan sekam padi. Pada umumnya, masyarakat kurang memperdulikan pelepah pohon pisang terutama setelah pohonnya berbuah, Padahal dalam bahan tersebut terkandung selulosa dalam jumlah yang cukup besar.<sup>25</sup>

Selulosa merupakan polisakarida yang jika terhidrolisis akan menghasilkan monomer glukosa dan beberapa selobiosa. Sifat dari selulosa ini yaitu tidak larut didalam air dan sangat mudah menyerap air. Hal ini sangat berpeluang besar supaya pelepah pisang ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas.<sup>26</sup>

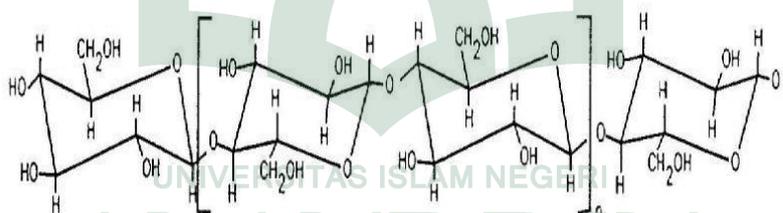

Gambar 2.3: Struktur selulosa

Serat dapat diperoleh dari bahan yang mengandung selulosa. Indonesia memiliki potensi berupa sumber daya alam terbarukan yang melimpah baik dalam jumlah maupun jenis yaitu tanaman yang mengandung selulosa yang sangat

<sup>25</sup>Susi yunita. Pemanfaatan Sekam Padi dan Pelepah Pohon Pisang Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Kertas Berkualita. *Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama*. Vol. 9, No. 1 (Juni : 2008) h. 46

<sup>26</sup>Dianrifiya Nisa. Pemanfaatan Selulosa Dari Kulit Buah Kakao (*Teobroma Cacao L.*) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Cmc (*Carboxymethyl Cellulose*). *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*. Vol.2, No.3 (Juli : 2014) H. 35

besar beserta limbah biomassa pertanian yang tidak bersaing dengan ketersediaan kebutuhan pangan. Pelepah pisang merupakan limbah dari hasil panen buah pisang dan merupakan limbah yang dapat diekstrak menjadi selulosa.<sup>27</sup>

Berdasarkan derajat polimerisasi (DP) dan kelarutan dalam senyawa natrium hidroksida (NaOH) 17,5%, selulosa dapat dibedakan menjadi atas tiga jenis yaitu:<sup>28</sup>

a) Selulosa  $\alpha$  (Alpha Cellulose)

Adalah selulosa berantai panjang, tidak larut dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan DP (derajat polimerisasi) 600-1500.

b) Selulosa  $\beta$  (Beta Cellulose)

Adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP 15-90, dapat mengendap bila dinetralkan.

c) Selulosa  $\gamma$  (Gamma Cellulose)

Adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP 15-100.

## 2. Hemiselulosa

Hemiselulosa tersusun atas glukosa rantai pendek dan bercabang. Hemiselulosa lebih mudah larut dalam air dan biasanya dapat dihilangkan dalam proses pulping. Secara biokimiawi, hemiselulosa adalah semua polisakarida yang dapat diekstraksi adalah larutan basa. Monomer penyusun hemiselulosa biasanya adalah rantai D-glukosa, ditambah dengan berbagai bentuk monosakarida yang

<sup>27</sup>Sitinikmatin. Analisis Struktur Selulosa Kulit Rotan Sebagai *Filler* Bionanokomposit Dengan Difraksi Sinar-X. *Jurnal Sainsmateri Indonesia*. Vol. 13, No. 2, (Februari : 2012) H. 98

<sup>28</sup>Rica Supriyanti. Pemanfaatan Ampas Tebu (*Bagasse*) Dalam Pembuatan Pulp Dengan Menggunakan Metode Acetosolv. h,1-2

terikat pada rantai, baik secara cabang atau mata rantai. Hemiselulosa mudah terdengradasi dan larut dibandingkan dengan selulosa sehingga presentasinya dalam *pulp* selalu lebih kecil.<sup>29</sup>

### 3. Lignin

Lignin adalah jaringan polimer fenolik tiga dimensi yang berfungsi merekatkan serat selulosa sehingga menjadi kaku. Pada proses pulping kimia dan proses pemutihanakan menghilangkan lignin tanpa mengurangi serat selulosa secara signifikan. Peran utama lignin adalah untuk membentuk *middle lamella* (lapisan tengah serat) yang menjadi pengikat antar serat. Lignin adalah salah satu komponen penyusun tanaman yang secara umum terbentuk dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. Komposisi bahan penyusun ini berbeda-beda bergantung pada jenis tanaman. Pada batang tanaman lignin berfungsi sebagai bahan pengikat komponen penyusun lainnya, sehingga satu pohon biasa berdiri tegak berbeda dengan selulosa yang terutama terbentuk dari gugus karbohidrat, lignin terbentuk dari gugus aromatik yang saling dihubungkan dengan rantai alifatik, yang terdiri dari 2,3 karbon.<sup>30</sup>

Lignin dapat dibagi menjadi beberapa kelas menurut unsur-unsur strukturnya yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 37

<sup>30</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 37-38

<sup>31</sup>Afni Ariani Lubis. *Isolasi Lignin Dari Lindi Hitam Proses Pemasakan Pulp Soda Dan Pulp Sulfat*. h,10

- a. Lignin guaiasil : terdapat pada kayu jarum (26-32%), dengan prazat koniferil alkohol.
- b. Lignin guaiasil-siringil : merupakan ciri kayu daun lebar (20-28%, pada kayu tropis > 30%), dengan prazatkoniferil alkohol : sinapil alkohol, nisbah 4:1 sampai 1:2.

Lignin menyebabkan *pulp* berwarna gelap. Pada proses pembuatan *pulp*, kadar lignin harus rendah. Apabila kadar lignin pada tanaman tinggi, maka zat pemutih yang ditambahkan pada proses bleching akan cukup banyak. *Pulp* akan mempunyai sifat fisik yang baik apabila mengandung sedikit lignin. Hal ini disebabkan karena lignin bersifat menolak air dan kaku sehingga menyulitkan pada proses penggilingan. Kadar lignin *pulp* pada bahan baku kayu 20-35%, sedangkan pada bahan baku non kayu kadarnya lebih kecil lagi.<sup>32</sup>

Lignin merupakan zat organik polimer yang banyak dan penting dalam dunia tumbuhan selain selulosa. Adanya lignin dalam sel tumbuhan dapat menyebabkan tumbuhan kokoh berdiri. Pada pembuatan *pulp*, kadar lignin ditekan sekecil mungkin, tergantung jenis kertas yang akan dibuat, karena akan memberikan pewarnaan pada *pulp*. Jika kadar ligninnya tinggi maka zat pemutih yang akan ditambahkan. *Pulp* akan mempunyai sifat fisik atau kekuatan yang baik apabila mengandung sedikit lignin. Hal ini karena lignin bersifat menolak air (hidrofobik) dan kaku sehingga menyulitkan dalam proses penggilingan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 39

<sup>33</sup>Abdullah saleh. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 39

#### **D. Proses pembuatan pulp**

Proses delignifikasi ialah proses penghilangan lignin, pada proses delignifikasi ini ada berbagai cara antara lain proses mekanik, proses kraft dan proses organosolv. Proses mekanik kurang diminati karena dianggap terlalu sulit dan memerlukan tenaga yang banyak. Proses delignifikasi yang banyak digunakan adalah proses kraft padahal proses ini berdampak buruk bagi lingkungan karena bahan-bahan yang digunakan tidak ramah lingkungan. Sehingga perlu dikembangkan proses delignifikasi dengan menggunakan proses organosolv yang mudah dan ramah lingkungan.<sup>34</sup>

Beberapa metode untuk pembuatan *pulp* yang merupakan proses pemisahan selulosa dari senyawa pengikatnya, terutama lignin yaitu secara mekanik, semikimia dan kimia. Pada proses kimia ada beberapa cara tergantung dari larutan pemasak yang digunakan, yaitu proses sulfit, proses sulfat, proses kraft dan lain-lain.<sup>35</sup>

Pembuatan *pulp* pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu ;

##### 1. Pembuatan *pulp* mekanik

---

<sup>34</sup>Eddy K. Artati. Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak Pada proses Delignifikasi eceng gondok dengan proses organosolv. *Jurnal Ekuilibrium*. Vol. 8, No. 1 (Januari : 2009) h. 25

<sup>35</sup>Eddy K. Artati. Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak Pada proses Delignifikasi eceng gondok dengan proses organosolv. *Jurnal Ekuilibrium*. Vol. 8, No. 1 (Januari : 2009) h. 26

Merupakan proses penyerutan kayu dimana kayu gelondong setelah diikuti diserut dalam batu asah yang diberi semprotan air. Akibat proses ini banyak serat kayu yang rusak.

## 2. Pembuatan *pulp* secara kimia

Yaitu proses dimana lignin dihilangkan sama sekali hingga serat-serat kayu mudah dilepaskan pada pembokaran dari bejana pemasak (digester) atau paling tidak setelah perlakuan mekanik lunak.<sup>36</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses delignifikasi ini adalah :<sup>37</sup>

- a. Waktu pemasakan
- b. Konsentrasi larutan pemasak
- c. Pencampuran bahan
- d. Perbandingan larutan pemasak dengan bahan baku
- e. Ukuran bahan
- f. Suhu dan tekanan
- g. Konsentrasi katalis

---

<sup>36</sup>Enny K. Artati. Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak Pada proses Delignifikasi eceng gondok dengan proses organosolv. *Jurnal Ekuilibrium*. Vol. 8, No. 1 (Januari : 2009) h. 26

<sup>37</sup>Enny K. Artati. Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak Pada proses Delignifikasi eceng gondok dengan proses organosolv. *Jurnal Ekuilibrium*. Vol. 8, No. 1 (Januari : 2009) h. 27

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan (Februari – juli 2016) Di Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoklav, oven, neraca analitik, magnetic stirrer, thermometer, stopwatch, hotplate, deksikator, beker gelas, blender, gelas ukur, gelas piala, erlemeyer, saringan, spatula, penangas air, pencetak *pulp*, corong, pipet skala, pipet tetes, masker, sarung tangan, dan botol semprot.

##### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelepah pisang (*Musa paradisiaca*, Linn), Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) (*Elaeis Guineensis* Jack), Asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) 4 %, aquades ( $H_2O$ ), larutan kalium permanganat ( $KMnO_4$ ), larutan natrium thiosulfat

( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ), larutan kalium iodida (KI), larutan amilum 1 %, natrium hidroksida (NaOH) 17,5% dan air ( $\text{H}_2\text{O}$ ).

### **C. Prosedur Kerja**

23

#### **1. Preparasi bahan baku**

Memotong kecil-kecil serat pelepah pisang dan tandan kosong kelapa sawit dengan menggunakan alat pemotong, kemudian mencuci dengan air sampai bersih, mengeringkan dengan sinar matahari, kemudian menghaluskan serat yang sudah dikeringkan, lalu menimbang masing-masing sebanyak 20 gram.

#### **2. Analisis kadar air**

Menimbang sampel sebanyak 2 gram, memanaskan dalam oven pada suhu  $120^\circ\text{C}$  selama 1 jam dan memasukkan ke dalam deksikator dan menimbang sampai bobot tetapnya.

#### **3. Analisis kadar abu**

Menimbang sebanyak 2 gram sampel dalam cawan yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu  $30^\circ\text{C}$  dan sudah diketahui berat keringnya. Memasukkan sampel yang ada dalam cawan kedalam furnace dan memanaskan sampai  $(500-550)^\circ\text{C}$  selama 4 jam. Kemudian mendinginkan kedalam deksikator dan menimbang sampai bobotnya tetap.

#### **4. Proses delignifikasi**

a. Penentuan konsentrasi optimum

Memasak sampel yang sudah disaring dan bebas asam dengan menggunakan larutan pemasak. Konsentrasi larutan pemasak NaOH yang digunakan yaitu 3 %, 5 %, 7 %, 9 % dan 11 %, kemudian memasukkan sampel yang sudah diberikan larutan pemasak ke dalam autoklaf dengan temperatur pemasak 120 °C dan lama pemasakan 60 menit dengan perbandingan pelepah pisang : TKKS : larutan pemasak yaitu 2 : 1 : 5.

b. Penentuan waktu optimum

Memasak sampel yang sudah disaring dan bebas asam dengan menggunakan larutan pemasak NaOH. Waktu pemasak yang digunakan yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit dan 150 menit, kemudian memasukkan sampel yang sudah diberikan larutan pemasak ke dalam autoklaf dengan temperatur pemasak 120 °C dengan konsentrasi optimum yang didapat (A %) dengan perbandingan pelepah pisang : TKKS : larutan pemasak yaitu 2 : 1 : 5.

c. Pencucian dan penyaringan

Menyaring dan mencuci hasil pemasakan untuk memisahkan sisa hasil pemasakan yang berupa lindi hitam ( black liquor) dan raw *pulp*. Penyaringan juga dilakukan untuk memisahkan kotoran pada *pulp* hasil pemasakan. Row *pulp* yang diperoleh dihaluskan hingga berbentuk bubur dan disaring.

d. Pengeringan

Tahap ini dilakukan untuk mengurangi kadar air dari *pulp* yang masih berbentuk bubur. Mengeringkan raw pulp pada suhu ruangan sampai terbentuk *pulp* kering.

#### 5. *Penentuan rendemen pulp*

*Pulp* yang dihasilkan (A gr) ditimbang, lalu diambil sebagian dan ditimbang (B gr) lalu dikeringkan dalam oven pada suhu  $103^{\circ}\text{C}$  sampai beratnya konstan dan ditimbang (C gr).

#### 6. *Penentuan bilangan kappa*

Mengkondisikan contoh uji dalam udara terbuka dekat timbangan tidak kurang dari 20 menit sebelum melakukan penimbangan, kemudian menimbang 3 gram contoh dengan ketelitian 0,001 g, memasukkan ke dalam gelas piala. Menambahkan 500 mL air suling, kemudian menguraikan dengan disintegrator atau blender sampai serat-serat terurai. Banyaknya contoh kira-kira akan memakai 50 % larutan kalium permanganat. Pemakaian kalium permanganat harus diantara 30 % dan 70 %. Memindahkan contoh yang telah terurai ke dalam gelas piala 2000 mL dan membilas gelas piala dengan air suling secukupnya sampai mencapai jumlah 795 mL. Suhu air suling harus  $(25,0 \pm 0,2)^{\circ}\text{C}$ . Meletakkan gelas piala dalam penangas air bersuhu  $(25,0 \pm 0,2)^{\circ}\text{C}$  dan aduk perlahan menggunakan *magnetic stirrer* selama berlangsungnya reaksi. Memipet

(100,0 ± 0,1) mL larutan kalium permanganat (0,1000 ± 0,0005) N dan 100 mL larutan asam sulfat 4,0 N dan memasukkan ke dalam gelas piala 250 mL. Meletakkan gelas piala ke dalam penangas air 25 °C. Menambahkan campuran larutan kalium permanganat dan asam sulfat ke dalam gelas piala yang berisi contoh. Membilas gelas piala dengan air suling jangan lebih dari 5 mL, memasukkan air pembilas ke dalam gelas piala. Jumlah volume harus (1000 ± 5) mL. Membiarkan reaksi berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit, menambahkan larutan kalium iodida 1,0 N sebanyak 20 mL. Melakukan titrasi dengan larutan natrium thiosulfat 0,2 N setelah terbentuk iodium bebas (timbul warna kuning). Sebagai indikator tambahkan beberapa tetes larutan amilum, sampai timbul warna biru, melanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Mencatat pemakaian larutan natrium thiosulfat sebagai (a) mL. Mengerjakan blanko seperti diatas tanpa menggunakan pulp. Mencatat pemakaian larutan natrium thiosulfat dalam titrasi blanko sebagai (b) mL.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

##### 1. Tabel Hasil Analisis

Hasil analisis pada Proses Delignifikasi Campuran Pelelah Pisang (*Musa Paradisiaca, Linn*) dan Tandan Kosong Kelapa Sawit ( *Elaeis Guineensis Jack* )

Untuk Pembuatan Pulp dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

##### a). Uji Kadar Air

Pada penentuan kadar air ini digunakan metode oven biasa dengan data yang di dapat sebagai berikut :

**Tabel 4.1** : Analisis uji kadar air

No	Sampel	Nilai hasil analisis
1	Pelelah pisang	19.99 %
2	TKKS	15.77 %

##### b). Uji Kadar Abu

Pada penentuan kadar abu ini digunakan metode tanur dengan data yang didapat sebagai berikut :

**Tabel 4.2 :** Analisis uji kadar abu

No	Sampel	Nilai hasil analisis
1	Pelepah pisang (1)	18,93 %
2	Pelepah Pisang (2)	18,57 %
3	TKKS (1)	12,27 %
4	TKKS 28	8,54 %

c). Penentuan Konsentrasi Optimum

Pada penentuan konsentrasi optimum ini data yang didapat sebagai berikut :

**Tabel 4.3 :** Penentuan Konsentrasi Optimum Pada Waktu 60 Menit

No	Konsentrasi	Hasil Analisis		Rata-rata
		Ulangan 1	Ulangan 2	
1	3 %	32,85 %	34,14 %	33,495 %
2	5 %	44,85 %	31,71 %	38,28 %
3	7 %	27,71 %	33 %	30,355 %
4	9 %	40,28 %	47,71 %	43,995 %
5	11 %	36 %	42,14 %	39,07 %

**Tabel 4.4 :** Penentuan Rendemen Pada Waktu 60 Menit

No	Konsentrasi	Hasil Analisis	
		Rendemen 1	Rendemen 2

1	3 %	29,42 %	31,28 %
2	5 %	41,28 %	29,57 %
3	7 %	25 %	30,42 %
4	9 %	37,14 5	44,42 %
5	11 %	33,71 %	38,57 %

#### d). Penentuan Waktu Optimum

Pada penentuan konsentrasi optimum ini data yang didapat sebagai berikut :

**Tabel 4.5 :** Penentuan waktu optimum Pada Konsentrasi Optimum 9 %

No	Waktu	Hasil Analisis		Rata-rata
		Ulangan 1	Ulangan 2	
1	30 menit	38,71 %	31,14 %	34,925 %
2	60 menit	23 %	33,85 %	28,425 %
3	90 menit	32,57 %	34 %	33,285 %
4	120 menit	43,71 %	40,14 %	41,925 %
5	150 menit	43,71 %	47,14 %	45,425 %

**Tabel 4.6 :** Penentuan Rendemen Pada Konsentrasi Optimum 9 %

No	Waktu	Hasil Analisis	
		Rendemen	Rendemen
1	30 menit	36,71 %	31,14 %

2	60 menit	24,71 %	33 %
3	90 menit	30,85 %	33,57 %
4	120 menit	37,14 %	39 %
5	150 menit	42,28 %	45,57 %

## B. Pembahasan

Dalam penelitian ini digunakan campuran sampel pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit (TTKS).

### 1. Uji Kadar Air

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan yang dinyatakan dalam satuan persen. Kadar air juga merupakan karakteristik yang sangat penting dalam bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, serta ikut menentukan kesegaran dan daya awet dalam suatu bahan. Kadar air menyebabkan mudahnya bakteri, kapang dan khamir untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan.

Pengukuran kadar air dalam suatu bahan sangat diperlukan dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang sangat memerlukan pengukuran kadar air adalah bidang industri. Kandungan air dalam suatu bahan perlu diketahui untuk menentukan zat-zat gizi yang terkandung dalam suatu bahan tersebut. Kadar air dalam suatu bahan dapat diketahui dengan melakukan pemanasan terhadap suatu

bahan yang ingin diketahui kandungannya. Penetapan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pada percobaan penetapan kadar air dengan menggunakan metode oven biasa, pertama-tama mengeringkan bahan di dalam oven pada suhu  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  lalu dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit sampai diperoleh bobot tetap.

Kadar air yang tinggi tidak baik untuk *pulp*, hal ini disebabkan karena kadar air yang tinggi dapat mempengaruhi viskositas *pulp* dan menyebabkan kualitas *pulp* menurun. Hasil yang didapat pada uji kandungan kadar air yaitu pada pelepah pisang didapat kandungan air 19.99 % dan pada tandan kosong kelapa sawit (TKKS) didapat kandungan air sebesar 15.77 %.

## 2. Uji Kadar Abu

Selanjutnya pada analisis kadar abu dilakukan dengan metode tanur. Prinsip kerja tanur adalah dengan menggunakan tanur dengan suhu  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$  –  $550\text{ }^{\circ}\text{C}$  selama 4 jam. Pada metode ini, air dan bahan *volatile* lain diuapkan kemudian zat-zat organik dibakar hingga menghasilkan  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  dan  $\text{N}_2$ . Penentuan kadar abu dengan metode tanur ini memiliki kelebihan yaitu penggunaannya yang aman, hanya membutuhkan reagen dalam jumlah sedikit, beberapa sampel dapat dianalisis secara bersamaan sedangkan kelemahan metode ini adalah memerlukan waktu lama, biaya listrik yang lebih tinggi untuk memanaskan tanur.

Hasil yang didapat pada proses uji kadar abu yaitu pada pengujian pertama dan kedua sampel pelepah pisang digunakan suhu  $550\text{ }^{\circ}\text{C}$  yaitu 18.93 % dan 18.57 %. Kemudian pada pengujian pertama dan kedua sampel TKKS pada suhu  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$  yaitu 12.27 % dan 8.54 %.

### 3. *Penentuan Konsentrasi Optimum*

Selanjutnya penentuan konsentrasi optimum. Konsentrasi yang digunakan pada uji ini yaitu konsentrasi 3 %, 5 %, 7 %, 9 % dan 11 % dengan suhu yang digunakan 120 °C dengan waktu yang digunakan 60 menit. Dari data hasil analisa selulosa yang dilakukan yaitu pada pada konsentrasi 3 % menghasilkan kadar selulosa 34.14 %, sedangkan pada konsentrasi 5 % - 9 % menghasilkan kadar selulosa semakin naik seiring dengan penambahan konsentrasi. Pada konsentrasi 11 % terdapat kadar selulosa yang dihasilkan menurun disebabkan karena ikatan-ikatan inti selulosa terputus.

Pada konsentrasi 9 % terdapat kadar selulosa yang optimum yaitu 47.71 %. Jadi pada variasi ini dapat disimpulkan bahwa apabila pemasakan dilakukan pada waktu 60 menit dengan konsentrasi NaOH 9 % maka selulosa yang diperoleh akan optimum. Tetapi, dengan bertambahnya konsentrasi maka perolehan selulosa akan cenderung menurun untuk pemasakan yang relatif singkat. Pada proses pemasakan, banyaknya rendemen mempengaruhi konversi pulp yang diperoleh. Semakin tinggi rendemen yang diperoleh, maka konversi pulp yang diperoleh akan semakin tinggi pula. Perolehan rendemen tertinggi diperoleh pada konsentrasi 9 % yaitu sebesar 44.42 %.

Berikut diagram proses penentuan konsentrasi optimum :


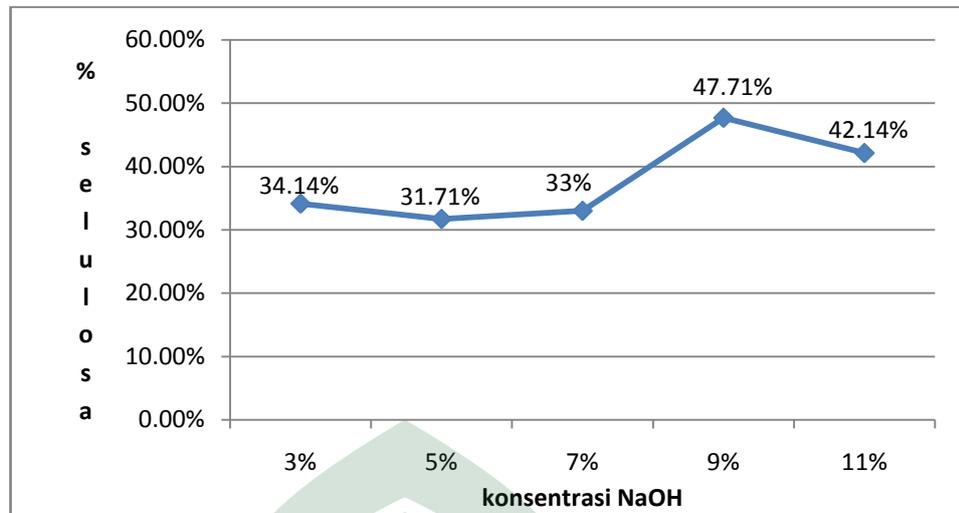


Diagram proses penentuan rendemen :

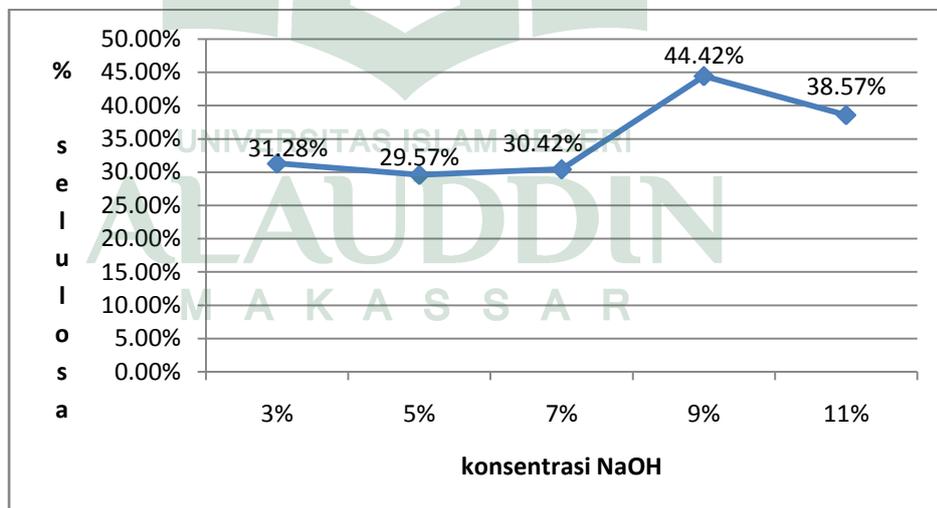

#### 4. Penentuan Waktu Optimum

Selanjutnya penentuan waktu optimum. Waktu yang digunakan pada uji ini yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit, 120 menit dan 150 menit dengan

temperatur yang digunakan 120 °C dan konsentrasi NaOH 9 %. Dari data hasil analisa yang dilakukan yaitu pada waktu 30 menit – 150 menit hasil yang didapat semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Waktu pemasakan memberikan pengaruh pada proses pembuatan *pulp*, hal ini dikarenakan sampel yang

digunakan memiliki

tekstur yang keras dan tidak mudah lunak. Sehingga lamanya pemasakan menyebabkan molekul-molekul cairan pemasak bereaksi dengan lignoselulosa sehingga ikatan lignin terputus dari selulosa, akhirnya meningkatkan selulosa didalam *pulp*.

Hasil yang didapat pada analisa ini waktu optimum yang didapat yaitu 150 menit dengan hasil yang diperoleh yaitu 47.14 % dengan perolehan rendemen sebesar 45.57 %.

Berikut diagram proses penentuan waktu optimum :


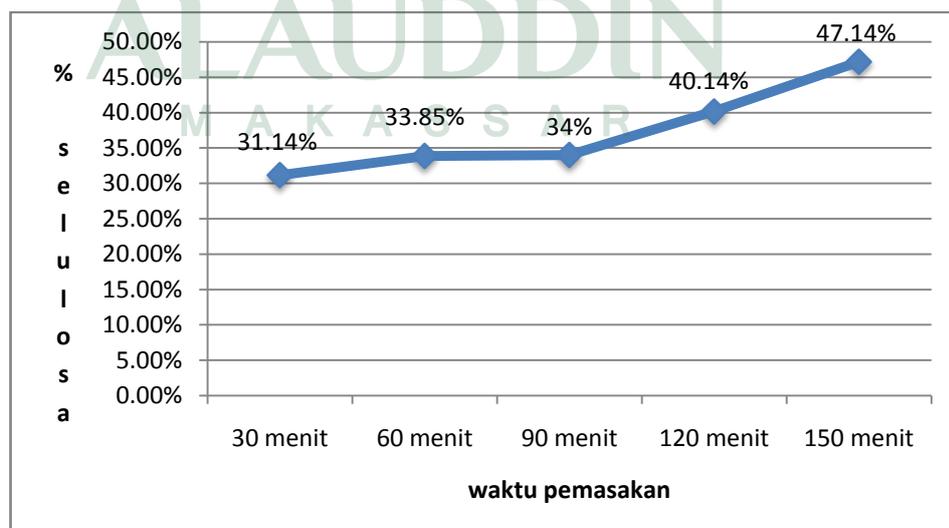



Diagram penentuan rendemen :

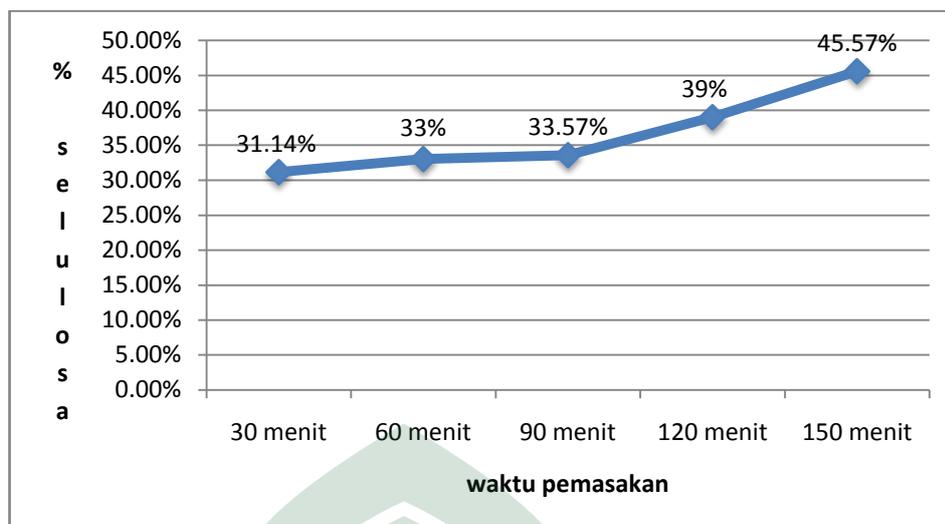

### 5. Uji Bilangan Kappa

Bilangan kappa merupakan pengujian kimia diperlakukan terhadap pulp untuk menentukan tingkat delignifikasi, kekuatan relatif dari pulp dan kesanggupannya untuk diputihkan. Bilangan kappa dari pulp didefinisikan sebagai volume (mL) dari 0,1N larutan kalium permanganat yang digunakan oleh satu (1) gram *moisture free* pulp yang berada dalam persyaratan spesifik pada prosedur ini, hasil yang dibenarkan sampai 50% pemakaian permanganat yang ditambahkan. Bahan kimia yang digunakan dalam penentuan bilangan kappa adalah kalium permanganat 0.1 N ( $\text{KMnO}_4$ ), yang berfungsi untuk mengoksidasi lignin dalam pulp. Kalium Iodida 0.1 N (KI) berfungsi sebagai reduktor. Asam sulfat 4 N ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) berfungsi untuk membuat suasana asam, karena proses oksidasi-reduksi berjalan optimal pada suasana asam sulfat 4 N ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ). Natrium tiosulfat 0.1 N ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) berfungsi sebagai larutan pentiter (larutan standar). Kemudian indikator amilum 1%, yang berfungsi sebagai indikasi berakhirnya proses titrasi. Pada percobaan yang dilakukan temperatur selama titrasi dijaga

konstan pada suhu 25°C. Hasil yang didapat pada uji bilangan kappa yaitu sebesar 3.03.

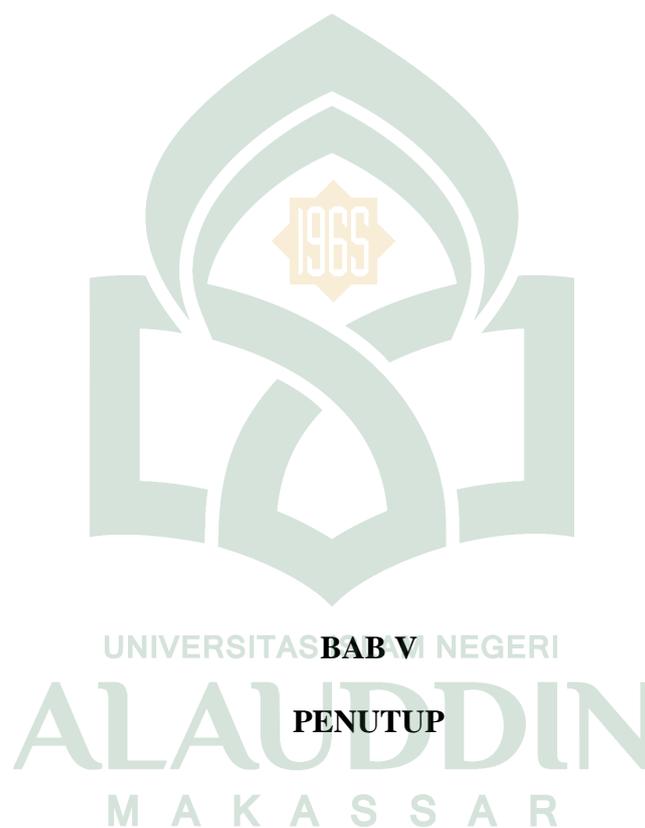

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu :

1. Konsentrasi optimum yang didapat pada penelitian ini yaitu pada konsentrasi 9 % dengan hasil yang didapat sebesar 47.71 % dengan % rendemen sebesar 44.42 %.

2. Waktu optimum yang didapat pada penelitian ini yaitu pada waktu 150 menit dengan hasil yang didapat sebesar 47.14 % dan % rendemen sebesar 45.57 %.

### **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan yaitu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kualitas dari pemanfaatan pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit (TKKS) dalam pembuatan pulp.



Acetosolve. *Jurnal Teknologi Industri dan Hasil Pertanian*, Vol. 14, No. 1 (Maret : 2009)

Afni Ariani Lubis. *Isolasi Lignin Dari Lindi Hitam Proses Pemasakan Pulp Soda Dan Pulp Sulfat*. h.10

Artati, Enny K. Pengaruh Konsentrasi Larutan Pemasak Pada proses Delignifikasi eceng gondok dengan proses organosolv. *Jurnal Ekuilibrium*. Vol. 8, No. 1 (Januari : 2009) h. 25-28

Azizah, Siti nur. Skrining bakteri selulolitik asal *vermicomposting* tandan kosong kelapa sawit. *Skripsi* (Maret : 2013) h. 1-50

- Khotimah, Khusnul. Sifat Penyerapan Bunyi Pada Komposit Serat Batang Pisang (Sbp) – Polyester. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA)*. Vol. 1, No. 1 (Januari :2015) h. 93
- Ma'rifat, Yusuf. Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Pembuatan *Sodium Carboxymethylcellulose* (Na-Cmc) Dari Limbah Pelepah Batang Pisang Kepok (*Musa Paradiciasa*). Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta : 2014) h. 1
- Nikmatin, Siti. Analisis Struktur Selulosa Kulit Rotan Sebagai *Filler* Bionanokomposit Dengan Difraksi Sinar-X. *Jurnal Sainsmateri Indonesia*. Vol. 13, No. 2, (Februari : 2012) h. 98-102
- Nisa, Dianrifiya. Pemanfaatan Selulosa Dari Kulit Buah Kakao (*Teobroma Cacao L.*) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Cmc (*Carboxymethyl Cellulose*). *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*. Vol.2, No.3 (Juli : 2014) H. 34-42
- Rolidi, Han. Pembuatan dan kualitas karton seni dari campuran pulp tandan kosong kelapa sawit, sludge industri kertas, dan pulp batang pisang. *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan*. h. 1-20
- Saleh, Abdullah. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Temperatur dan Waktu Pemasak pada Pembuatan Pulp dari Sabut Kelapa Muda. *Jurnal Teknik Kimia*, Vol. 16, No. 3 (Agustus : 2009) h. 35-44
- Satriawan, Dodi. *Pembuatan Pulp Dari Batang Rossela Dengan Proses Soda* *Jurnal Tehnik Kimia* (Semarang : 2010) h.3.
- Sugiarti, Helga. Pengaruh Pemberian Kompos Batang Pisang Terhadap Pertumbuhan Semai Jabon (*Anthocephalus Cadamba* Miq.) *Skripsi Institut Pertanian Bogor* (2011) H. 6-7
- Sukowati, Asih. Produksi Bioetanol Dari Kulit Pisang Melalui Hidrolisis Asam Sulfat. *Jurnal Teknologi dan Industri Hasil Pertanian*. Vol. 19, No.3 (Oktober : 2014) h. 274-288
- Sunarto. Pemanfaatan limbah bonggol pisang sebagai bahan baku pembuatan bioethanol. *J. Sains Dasar*. Vol. 2, No. 1 (2003) h. 48-52
- Suri, Annisa. Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Bioetanol Dari Fermentasi Glukosa Hasil Hidrolisis Selulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit ( *Elaeis Guineensis Jack* ) Dengan HCl 30%

Menggunakan Ragi Roti. *Jurnal Saintia Kimia*, Vol. 1, No. 2 (2013) h. 1-7

Susilowati. *Pemanfaatan Kulit Buah Kakao Dari Limbah Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp Dengan Proses Organosolv* (Jatim: Tehnik Kimia FTI, 2012) h.3.

Supriyanti, Rica. *Pemanfaatan Ampas Tebu (Bagasse) Dalam Pembuatan Pulp Dengan Menggunakan Metode Acetosolv*. h.7.


Prayitno, Sapto. Produktivitas kelapa sawit (*elaeis guineensis jacq.*) Yang dipupuk dengan tandan kosong dan limbah cair pabrik kelapa sawit. *Jurnal Ilmu Pertanian* Vol. 15 No. 1( 2008) h. 37-48


Yusnelly, Rita. *Pemanfaatan Daun Nenas (Ananas Cosmosu) Dalam Pembuatan Pulp Dengan Menggunakan Metode Acetosolv*. h.3.

Zulferiyenni. *Proses Pembuatan Pulp Berbasis Ampas Tebu: Batang Pisang Dengan Metode*

Yunita, Susi. *Pemanfaatan Sekam Padi dan Pelepah Pohon Pisang Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Kertas Berkualita*. *Jurnal Aplikasi ilmu-ilmu Agama*. Vol. 9, No. 1 (Juni : 2008) h. 44-56

**Lampiran I : Skema umum penelitian pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelelah pisang dan tandang kosong kelapa sawit untuk pembuatan pulp.**

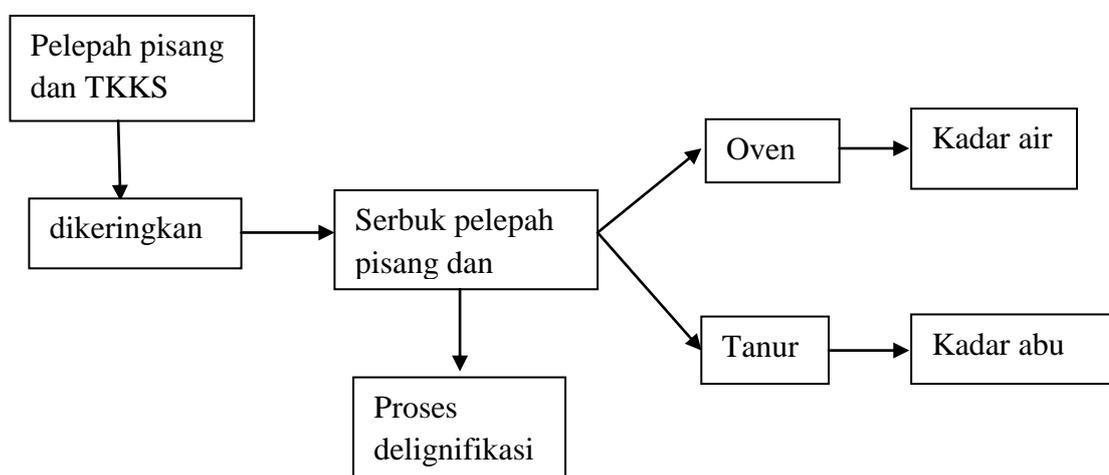

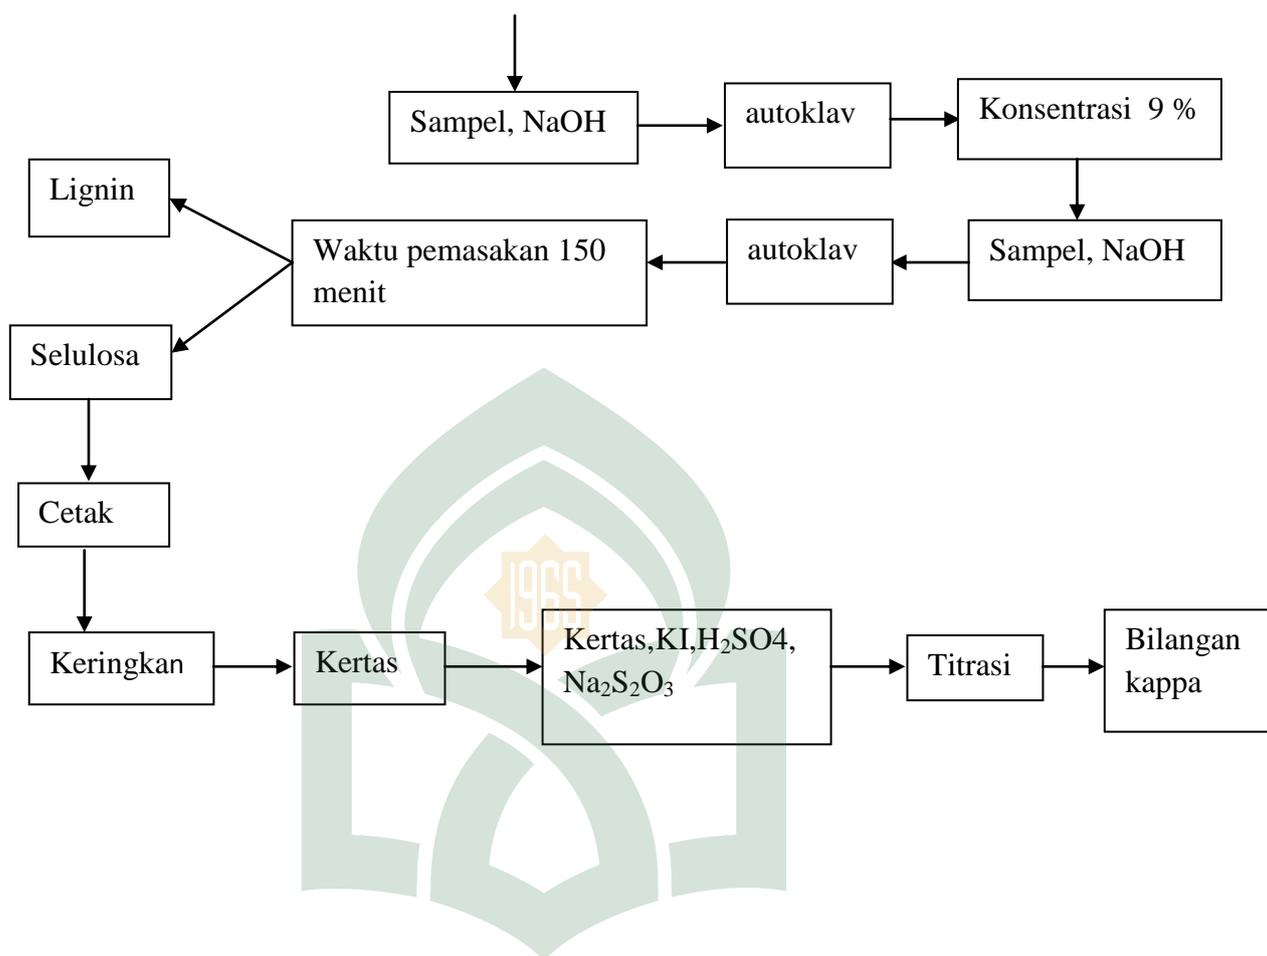

**Lampiran II : Bagan penelitian pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit untuk pembuatan *pulp*.**

### 1. Preparasi bahan baku

Pelepah pisang dan tandan kosong

- Memotong kecil-kecil dengan menggunakan alat pemotong
- Mencuci dengan air sampai bersih
- Mengerinkan pada sinar matahari langsung

- Menghancurkan
- Menimbang 150 gram

Hasil

## 2. Analisis kadar air

Sampel

- Menimbang sampel sebanyak 1 gram
- Memanaskan dalam oven pada suhu  $120^{\circ}\text{C}$  selama 1 jam
- Memasukkan kedalam deksikator
- Menimbang sampai bobot tetapnya

Hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## 3. Analisis kadar abu

Sampel

- Menimbang sebanyak 2 gram sampel dalam cawan yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu  $30^{\circ}\text{C}$  dan sudah diketahui berat keringnya.

- Memasukkan sampel yang ada dalam cawang kedalam tanur dan memanaskan pada  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$  –  $550\text{ }^{\circ}\text{C}$  selama 4 jam.
- Mendinginkan kedalam deksikator dan menimbang sampai bobotnya tetap.

Hasil

#### 4. Proses delignifikasi

##### a. Penentuan konsentrasi optimum

Sampel

- Memasak menggunakan larutan pemasak (NaOH) dengan konsentrasi 3 %, 5 %, 7 %, 9 % dan 11 %.

- Memasukkan kedalam autoklaf dengan temperatur  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  dengan 60 menit dengan perbandingan pelepah pisang : TKKS : larutan pemasak yaitu 4 : 3 : 150

Hasil

##### b. Pentuan waktu optimum

Sampel

- Memasak menggunakan larutan pemasak dengan waktu pemasakan yang digunakan yaitu 30, 60, 90, 120 dan 150 menit.
- Memasukkan kedalam autoklaf dengan temperatur  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  dengan konsentrasi 9 %

Hasil

dengan perbandingan pelepah pisang : TKKS :  
larutan pemasak yaitu 4 : 3 : 150

c. Pencucian dan penyaringan

Sampel

- Menyaring dan mencuci hasil pemasakan untuk memisahkan sisa hasil pemasakan yang berupa lindi hitam( black liquor) dan *raw pulp*.

- Menghaluskan *raw pulp* yang diperoleh hingga berbentuk bubur kemudian menyaring.

Hasil

d. Pengeringan

Sampel

- Mengeringkan *raw pulp* pada suhu ruangan atau pada sinar matahari langsung sampai terbentuk pulp kering.

Hasil


5. Penentuan rendemen pulp

Pulp

- Menimbang pulp yang dihasilkan (A gr)
- Mengambil sebagiannya (B gr)
- Mengeringkan dalam oven pada suhu 103 °C sampai berat konstan dan ditimbang (C gr)

hasil

## 6. Penentuan bilangan kappa

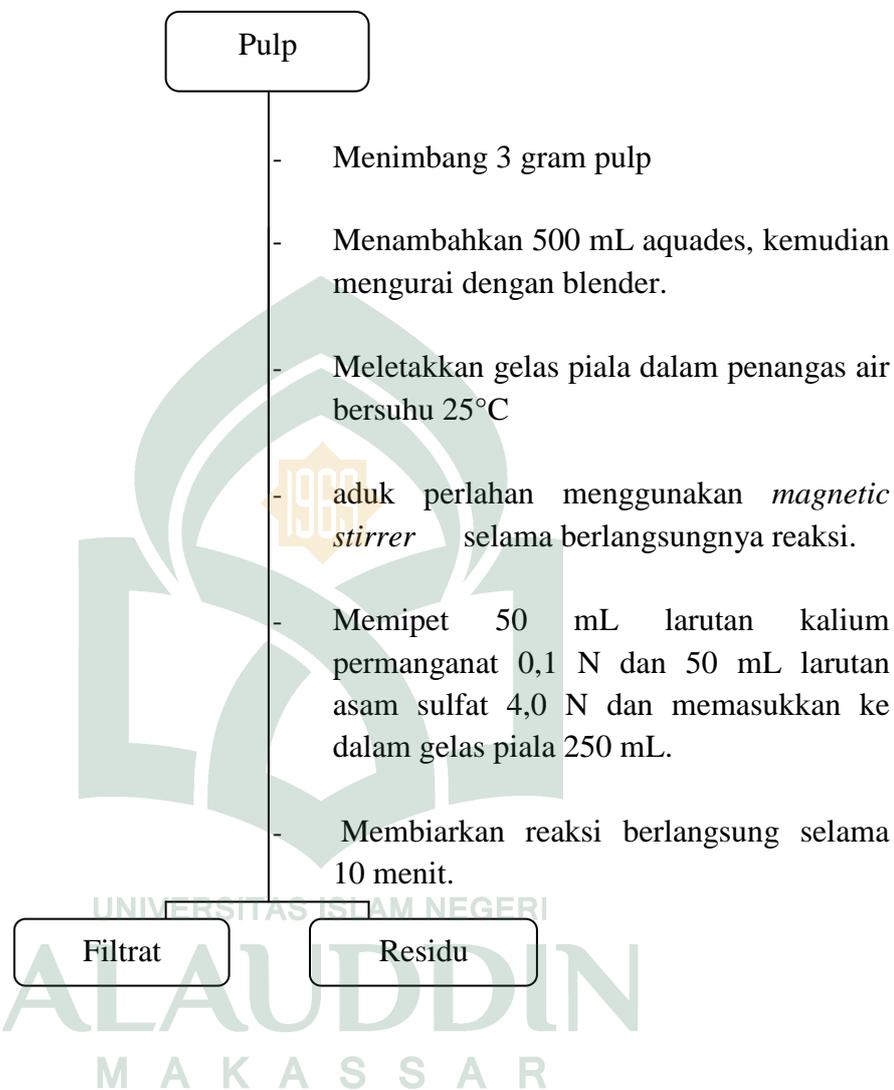

- Melakukan titrasi dengan larutan natrium thiosulfat 0,2 N setelah terbentuk iodium bebas (timbul warna kuning).
- Sebagai indikator tambahkan beberapa tetes larutan amilum, sampai timbul warna biru
- melanjutkan titrasi sampai warna biru hilang. Mencatat pemakaian larutan natrium thiosulfat sebagai (a) mL.
- Mengerjakan blanko seperti diatas tanpa menggunakan pulp.
- Mencatat pemakaian larutan natrium thiosulfat dalam titrasi blanko sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Hasil

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**Lampiran III : Dokumentasi penelitian pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit untuk pembuatan *pulp*.**

1. Preparasi bahan baku




## 2. Uji kadar air



## 3. Uji kadar abu





## 4. Penentuan konsentrasi optimum

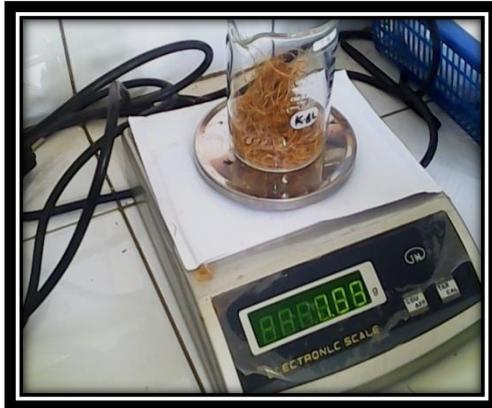

5. Penentuan waktu optimum



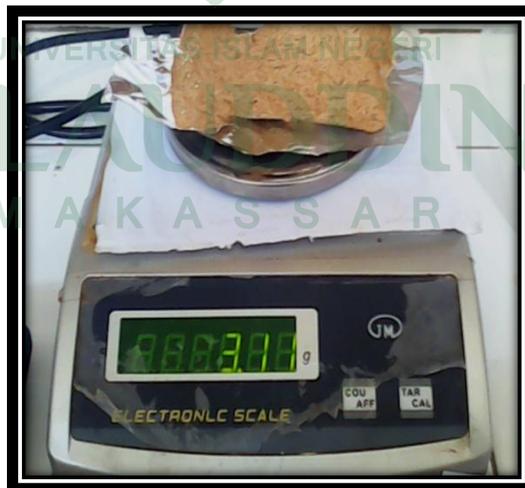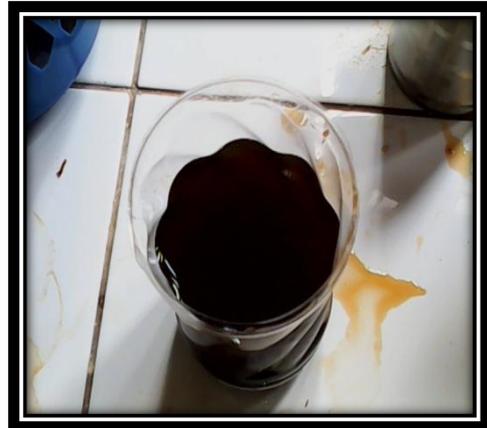

## 6. Uji bilangan kappa



ALAUDDIN  
MAKASSAR

**Lampiran IV : Hasil perhitungan penelitian pengaruh konsentrasi larutan pemasak dan lama pemasakan pada proses delignifikasi campuran pelepah pisang dan tandang kosong kelapa sawit untuk pembuatan *pulp*.**

**A. Uji Kadar Air**

a. Pelepah pisang

Bobot sampel awal = 37.1972 gram

Temperatur = 100 °C

Waktu = 1 jam

Berat kering sampel = 36.9973 gram

$$\% \text{ kadar air} = \frac{\text{Berat sampel awal} - \text{Berat sampel akhir}}{\text{Bearat awal}} \times 100 \%$$

$$= \frac{37.1972 - 36.9973}{1} \times 100 \%$$

$$= 19.99 \%$$

b. Tandang Kosong Kelapa Sawit (TKKS)

Bobot sampel awal = 33.5386 gram

Temperatur = 100 °C

Waktu = 2 jam

Berat kering sampel = 33.5385 gram

$$\% \text{ kadar air} = \frac{\text{Berat sampel awal} - \text{Berat sampel akhir}}{\text{Berat awal}} \times 100 \%$$

$$= \frac{33.6962 - 33.5385}{1} \times 100$$

$$= 15.77 \%$$

## B. Uji Kadar Abu

### a. Pelepah pisang ( I )

Berat sampel awal = 2 gram  
 Suhu = 550 °C  
 Waktu = 4 jam  
 Berat sampel kering = 0.3786 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar abu} &= \frac{\text{Berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{0.3786 \text{ gram}}{2 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 18.93 \% \end{aligned}$$

### b. Pelepah pisang ( II )

Berat sampel awal = 2 gram  
 Suhu = 550 °C  
 Waktu = 4 jam  
 Berat sampel kering = 0.3715 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar abu} &= \frac{\text{Berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{0.3715 \text{ gram}}{2 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 18.57 \% \end{aligned}$$

### c. TKKS ( I )

Berat sampel awal = 2 gram  
 Suhu = 500 °C  
 Waktu = 4 jam  
 Berat sampel kering = 0.2454 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar abu} &= \frac{\text{Berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{0.2454 \text{ gram}}{2 \text{ gram}} \times 100 \% \end{aligned}$$

$$= 12.27 \%$$

d. TKKS ( II )

Berat sampel awal = 2 gram  
 Suhu = 500 °C  
 Waktu = 4 jam  
 Berat sampel kering = 0.1708 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar abu} &= \frac{\text{Berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{0.1708 \text{ gram}}{2 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 8.54 \% \end{aligned}$$

**C. Analisis Penentuan Konsentrasi Optimum**

No	Konsentrasi	Hasil Analisis	
		Ulangan 1	Ulangan 2
1	3 %	32,85 %	34,14 %
2	5 %	44,85 %	31,71 %
3	7 %	27,71 %	33 %
4	9 %	40,28 %	47,71 %
5	11 %	36 %	42,14 %

a. Penentuan konsentrasi ( I )

1. Konsentrasi 3 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.30 gram

$$\% \text{ kadar selulosa} = \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2.30}{7} \times 100 \% \\ = 32.85 \%$$

2. Konsentrasi 5 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 3.14 gram

$$\% \text{ kadar selulosa} = \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ = \frac{3.14}{7} \times 100 \% \\ = 44.85 \%$$

3. Konsentrasi 7 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 1.94 gram

$$\% \text{ kadar selulosa} = \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ = \frac{1.94}{7} \times 100 \% \\ = 27.71 \%$$

4. Konsentrasi 9 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.82 gram

$$\% \text{ kadar selulosa} = \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ = \frac{2.82}{7} \times 100 \% \\ = 40.28 \%$$

## 5. Konsentrasi 11 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.52 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.52}{7} \times 100 \% \\ &= 36 \% \end{aligned}$$

## b. Pembuatan konsentrasi ( II )

## 1. Konsentrasi 3 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.39 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.309}{7} \times 100 \% \\ &= 34.14 \% \end{aligned}$$

## 2. Konsentrasi 5 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.22 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.22}{7} \times 100 \% \\ &= 31.71 \% \end{aligned}$$

## 3. Konsentrasi 7 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.31 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.31}{7} \times 100 \% \\ &= 33\% \end{aligned}$$

4. Konsentrasi 9 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 3.34 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{3.34}{7} \times 100 \% \\ &= 47.71 \% \end{aligned}$$

5. Konsentrasi 11 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.95 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.95}{7} \times 100 \% \\ &= 42.14 \% \end{aligned}$$

**D. Analisis Penentuan Rendemen Pulp**

No	Konsentrasi	Hasil Analisis	
		Rendemen 1	Rendemen 2
1	3 %	29,42 %	31,28 %

2	5 %	41,28 %	29,57 %
3	7 %	25 %	30,42 %
4	9 %	37,14 %	44,42 %
5	11 %	33,71 %	38,57 %

a. Penentuan rendemen pulp ( I )

1) Konsentrasi 3 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.06 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.06 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 29.42 \%
 \end{aligned}$$

2) Konsentrasi 5 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.89 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.89 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 41.28 \%
 \end{aligned}$$

3) Konsentrasi 7 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 1.75 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.75 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 25 \% \end{aligned}$$

4) Konsentrasi 9 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.60 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.60 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 37.14 \% \end{aligned}$$

5) Konsentrasi 11 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.36 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.36 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 33.71 \% \end{aligned}$$

b. Penentuan rendemen pulp ( II )

1) Konsentrasi 3 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.19 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.19 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 31.28 \% \end{aligned}$$

2) Konsentrasi 5 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.07 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.07 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 29.57 \% \end{aligned}$$

3) Konsentrasi 7 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.13 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.13 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 30.42 \% \end{aligned}$$

4) Konsentrasi 9 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 3.11 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{3.11 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 44.42 \% \end{aligned}$$

5) Konsentrasi 11 %

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.70 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.70 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 38.57 \% \end{aligned}$$

#### **E. Analisis Penentuan Waktu Optimum**

No	Waktu	Hasil Analisis	
		Ulangan 1	Ulangan 2
1	30 menit	38,71 %	31,14 %
2	60 menit	23 %	33,85 %
3	90 menit	32,57 %	34 %
4	120 menit	43,71 %	40,14 %
5	150 menit	43,71 %	47,14 %

## a. Penentuan waktu optimum ( I )

## 1) 30 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.71 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.71}{7} \times 100 \% \\ &= 38.71 \% \end{aligned}$$

## 2) 60 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 1.61 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.61 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 23 \% \end{aligned}$$

## 3) 90 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.28 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.28}{7} \times 100 \% \\ &= 32.57 \% \end{aligned}$$

4) 120 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.67 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.67}{7} \times 100 \% \\ &= 38.14 \% \end{aligned}$$

5) 150 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 3.06 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{3.06}{7} \times 100 \% \\ &= 43.71 \% \end{aligned}$$

b. Penentuan waktu optimum (II)

1) 30 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.18 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.18}{7} \times 100 \% \\ &= 31.14 \% \end{aligned}$$

2) 60 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.37 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.37 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 33.85 \% \end{aligned}$$

3) 90 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.38 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.38}{7} \times 100 \% \\ &= 34\% \end{aligned}$$

4) 120 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 2.81 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ kadar selulosa} &= \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \% \\ p &= 2.81 \frac{\quad}{7} \times 100 \% \\ &= 40.14 \% \end{aligned}$$

5) 150 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat sampel kering = 3.30 gram

$$\% \text{ kadar selulosa} = \frac{\text{berat kering}}{\text{Berat awal}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3.30}{7} \times 100 \%$$

$$= 47.14 \%$$

### F. Analisis Penentuan Rendemen Pulp

No	Waktu	Hasil Analisis	
		Rendemen 1	Rendemen 2
1	30 menit	36,71 %	31,14 %
2	60 menit	24,71 %	33 %
3	90 menit	30,85 %	33,57 %
4	120 menit	37,14 %	39 %
5	150 menit	42,28 %	45,57 %

#### a. Penentuan rendemen pulp ( I )

##### 1) 30 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.57 gram

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{Berat pulp kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2.57 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \%$$

$$= 36.71 \%$$

##### 2) 60 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 1.73 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{1.73 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 24.71 \% \end{aligned}$$

3) 90 menit

$$\begin{aligned} \text{Berat sampel awal} &= 7 \text{ gram} \\ \text{Berat pulp kering} &= 2.16 \text{ gram} \\ \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.16 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 30.85 \% \end{aligned}$$

4) 120 menit

$$\begin{aligned} \text{Berat sampel awal} &= 7 \text{ gram} \\ \text{Berat pulp kering} &= 2.60 \text{ gram} \\ \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.60 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\ &= 37.14 \% \end{aligned}$$

5) 150 menit

$$\begin{aligned} \text{Berat sampel awal} &= 7 \text{ gram} \\ \text{Berat pulp kering} &= 2.96 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.96 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 42.28 \%
 \end{aligned}$$

b. Penentuan rendemen pulp ( II )

1. 30 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.18 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.18 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 31.14 \%
 \end{aligned}$$

2. 60 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.31 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.31 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 33 \%
 \end{aligned}$$

3. 90 menit

Berat sampel awal = 7 gram

Berat pulp kering = 2.35 gram

$$\begin{aligned}
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.35 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 33.57 \%
 \end{aligned}$$

4. 120 menit

$$\begin{aligned}
 \text{Berat sampel awal} &= 7 \text{ gram} \\
 \text{Berat pulp kering} &= 2.73 \text{ gram} \\
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2.73 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 39 \%
 \end{aligned}$$

5. 150 menit

$$\begin{aligned}
 \text{Berat sampel awal} &= 7 \text{ gram} \\
 \text{Berat pulp kering} &= 3.19 \text{ gram} \\
 \% \text{ rendemen} &= \frac{\text{Berat pupl kering}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \% \\
 &= \frac{3.19 \text{ gram}}{7 \text{ gram}} \times 100 \% \\
 &= 45.57 \%
 \end{aligned}$$

#### **G. Analisis Bilangan Kappa**

$$K = \frac{p \times f}{W}$$

K = nilai bilangan kappa

F = faktor koreksi pada pemakaian 50 % kalium permanganat, tergantung pada harga p sesuai Tabel 1

w = berat contoh kering oven, dinyatakan dalam gram (g)

p = larutan kalium permanganat yang terpakai oleh contoh pulp, dinyatakan dalam mililiter (mL)

b = larutan natrium thiosulfat yang terpakai dalam titrasi blanko, dinyatakan dalam mililiter (mL)

a = larutan natrium thiosulfat yang terpakai dalam titrasi contoh, dinyatakan dalam mililiter (mL)

N = normalitas larutan natrium thiosulfat.

Diketahui :

$$a = 2.2 \text{ ml}$$

$$b = 6.8 \text{ ml}$$

$$w = 3 \text{ gram}$$

$$K = \frac{p \times f}{W}$$

$$p = \frac{(b-a)N}{0,1}$$

$$= \frac{(6.8 - 2.2) 0,2}{0,1}$$

$$= 9.1$$

$$K = \frac{p \times f}{W}$$

$$= \frac{9.1 \times 1.000}{3}$$

$$= 3.03$$

### H. Pembuatan Larutan NaOH

a. Konsentrasi 3 %

$$\begin{aligned} \% \text{ b/v} &= \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL larutan}} \times 100 \\ &= \frac{\text{gram}}{150 \text{ mL}} \times 100 \\ &= \frac{3 \times 150 \text{ mL}}{100} \\ &= 4.5 \text{ gram} \end{aligned}$$

b. Konsentrasi 5 %

$$\begin{aligned} \% \text{ b/v} &= \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL larutan}} \times 100 \\ &= \frac{\text{gram}}{150 \text{ mL}} \times 100 \\ &= \frac{5 \times 150 \text{ mL}}{100} \\ &= 7.5 \text{ gram} \end{aligned}$$

c. Konsentrasi 7 %

$$\begin{aligned} \% \text{ b/v} &= \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL larutan}} \times 100 \\ &= \frac{\text{gram}}{150 \text{ mL}} \times 100 \\ &= \frac{7 \times 150 \text{ mL}}{100} \\ &= 10.5 \text{ gram} \end{aligned}$$

d. Konsentrasi 9 %

$$\begin{aligned} \% \text{ b/v} &= \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL larutan}} \times 100 \\ &= \frac{\text{gram}}{150 \text{ mL}} \times 100 \\ &= \frac{9 \times 150 \text{ mL}}{100} \end{aligned}$$

$$= \frac{100}{7,41} \\ = 13,5 \text{ gram}$$

e. Konsentrasi 11 %

$$\begin{aligned} \% \text{ b/v} &= \frac{\text{gram zat terlarut}}{\text{mL larutan}} \times 100 \\ &= \frac{\text{gram}}{150 \text{ mL}} \times 100 \\ &= \frac{11 \times 150 \text{ mL}}{100} \\ &= 16,5 \text{ gram} \end{aligned}$$

**I. Pembuatan Larutan  $\text{KmnO}_4$  500 mL**

$$\begin{aligned} \text{Gram} &= N \times \text{Be} \times V \\ &= 0,1 \times 6,34 \times 0,5 \\ &= 0,317 \text{ gram} \end{aligned}$$

**J. Pembuatan Larutan KI 50 mL**

$$\begin{aligned} \text{Gram} &= N \times \text{Be} \times V \\ &= 1 \times 166,0 \times 0,05 \\ &= 8,3 \text{ gram} \end{aligned}$$

**K. Pembuatan Larutan  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  500 mL**

$$\begin{aligned} \text{Gram} &= N \times \text{Be} \times V \\ &= 0,2 \times 248,2 \times 0,5 \\ &= 24,82 \text{ gram} \end{aligned}$$

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IKA FARIATI, Lahir di Desa Parado Kab. Bima Prov. NTB pada tanggal 26 september 1993. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Abdul Azis dan Sri Nani. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di sekolah dasar negeri (SDN) Parado-Wane pada tahun 1999-2005.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di MTsN Bima Kota Bima pada tahun 2005-2008. Dan melanjutkan pendidikan di MAN 2 Bima Kota Bima pada tahun 2008-2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar, dengan jalur UML dan memilih program Sarjana (S1) pada jurusan Kimia fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2011-2016.

UNIVERSITAS NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R