

**VARIASI MASSA PULP DARI CAMPURAN TONGKOL JAGUNG
DAN KULIT JAGUNG DENGAN PENAMBAHAN BINDER
KULIT SINGKONG (*Manihot esculante cranz*) UNTUK
PEMBUATAN KERTAS KOMPOSIT**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (SI) Jurusan Kimia Pada
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURHIDAYAH

NIM: 60500113058

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhidayah
NIM : 60500113058
Tempat/Tgl. Lahir : Toraja/ 14 Oktober 1994
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Variasi Massa Pulp Campuran Tongkol Jagung dan Kulit Jagung dengan Penambahan Binder Kulit Singkong (*Manihot esculante crantz*) untuk Pembuatan Kertas Komposit.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Nurhidayah

NIM: 60500113058

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Variasi Massa Pulp dari Campuran Tongkol Jagung dan Kulit Jagung dengan Penambahan Binder Kulit Singkong (*Manihot esculante crantz*) untuk Pembuatan Kertas Komposit” yang disusun oleh Nurhidayah, NIM : 60500113058 mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin 21 Agustus 2017 bertepatan 28 Dzulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 21 Agustus 2017
28 Dzulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M:Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP : 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudari Nurhidayah, NIM: 60500113058, Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, “Variasi Massa Pulp dari Campuran Tongkol Jagung dan Kulit Jagung dengan Penambahan Binder Kulit Singkong (*Manihot esculante crantz*) untuk Pembuatan Kertas Komposit”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Makassar, 21 Agustus 2017

Pembimbing I



Dra. Sitti Chadijah, S.Si., M.Si
NIP: 19680216 199903 2 001

Pembimbing II

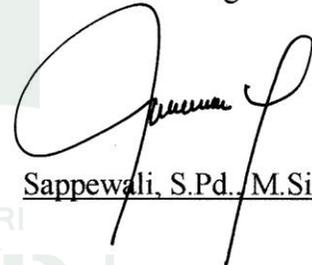

Sappewali, S.Pd., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Variasi Massa Pulp dari Campuran Tongkol Jagung dan Kulit jagung dengan Penambahan Binder Kulit Singkong (*Manihot esculante crantz*) untuk Pembuatan Kertas Komposit”, ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, walaupun dalam konteks yang masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi teladan kita Muhammad Saw sebagai uswatunhasanah warahmatanlil’alamin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Enti dan ibunda Muliati serta saudara-saudara saya Muh. Irvan, Abdul Hamid dan Naila Magfirah terimah kasih telah memberikan motivasi dan semangat, memberikan doa dan restunya, serta dukungan material dan spiritual kepada penulis dalam menjalani perkuliahan hingga saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. A. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph. D., selaku penguji I dan Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Alauddin Makassar.
4. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si dan Sappewali, S.Pd., M.Si., selaku Dosen pembimbing atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak H. Asri Saleh, S.T, M.Si dan bapak Dr. Muhsin Mahfud, M.Ag, selaku tim penguji yang senantiasa memberikan kritik membangun serta saran bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membekali ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
8. Para Laboran Jurusan Kimia Ismawanti, S.Si, Ahmad Yani, S.Si, Fitria Azis, S.Si, S.Pd, Awaluddin IP, S.Si., M. Si dan Andi Nurahma, S.Si terima kasih atas bimbingannya selama ini.
9. Para sahabat-sahabat saya Marlia Ilyas, Herlina, Dita Anggriyanti, Nur Afni Rahman, Asrianti, Ilmi Wahyuni dan Nur Azizah yang selalu membantu selama penulis kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Terima kasih buat Hasmi H dan Muh. Syahrul Anhar yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2013 yang selalu memberikan support dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, agar kiranya mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Samata-Gowa, Agustus 2017

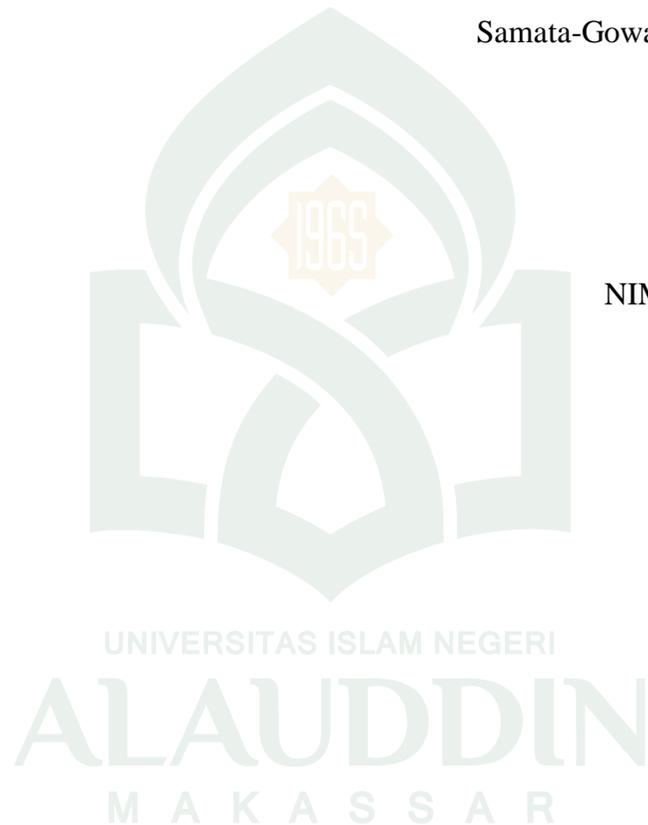

Nurhidayah
NIM: 60500113058

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Bahan Baku Pembuatan Kertas.....	8
B. Tinjauan Umum Pulp	16
C. Komponen Kimia Pulp.....	23
D. Kertas	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
B. Alat dan Bahan.....	32
C. Prosedur Kerja.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Tongkol jagung	10
Gambar 2.2. Kulit jagung.....	11
Gambar 2.3. Kulit singkong.....	14
Gambar 2.4. Struktur amilosa	15
Gambar 2.5. Struktur amilopektin.....	16
Gambar 2.6. Struktur molekul selulosa.....	23
Gambar 2.7. Struktur α selulosa.....	24
Gambar 2.8. Struktur β selulosa.....	25
Gambar 2.9. Struktur hemiselulosa.....	26
Gambar 2.6. Struktur lignin	28
Gambar 4.1. Grafik uji kuat tarik dengan massa Pulp 15g /35g Binder	47
Gambar 4.2. Grafik uji kuat tarik dengan massa Pulp 30g /35g Binder	48
Gambar 4.3. Grafik uji kuat tarik dengan massa Pulp 45g /35g Binder	49
Gambar 4.4. Grafik uji kuat tarik dengan massa Pulp 60g /35g Binder	49
Gambar 4.5. Grafik kuat tarik	50
Gambar 4.6. Grafik kuat sobek	51
Gambar 4.7. Grafik uji tarik kertas tanpa penambahan binder	52

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 2.1. Komposisi tongkol jagung	10
Tabel 2.2. Komposisi kimia kulit jagung kering.....	12
Tabel 2.3. Karakteristik serat kulit jagung	12
Tabel 2.4. Standar kualitas pulp.....	17
Tabel 4.1. Hasil analisis kadar air dan kadar abu sampel	38
Tabel 4.2. Hasil analisis pulp kertas komposit.....	39
Tabel 4.3. Hasil analisis uji kuat tarik dan kuat sobek kertas komposit	40



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I: Skema/ bagan penelitian	58
Lampiran II: Dokumntasi penelitian	59
Lampiran III: Hasil perhitungan penelitian.....	63

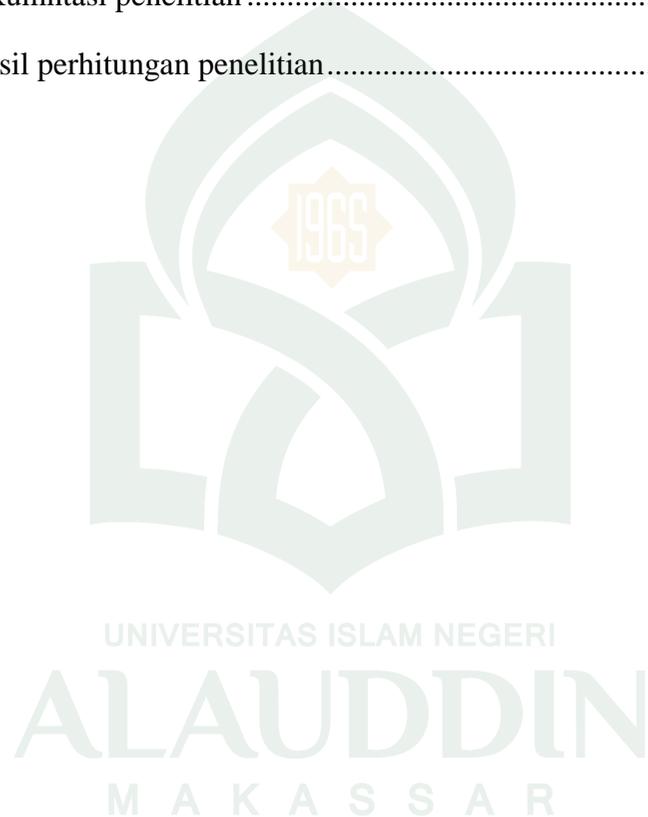

ABSTRAK

Nama : Nurhidayah

NIM : 60500113058

Judul : Variasi Massa Pulp dari Campuran Tongkol Jagung dan Kulit Jagung dengan Penambahan Binder Kulit Singkong (*Manihot Esculante Crantz*) untuk Pembuatan Kertas Komposit

Limbah tongkol jagung dan kulit jagung banyak dijumpai setelah pasca panen dan hanya dibuang oleh masyarakat, akan menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak ditangani. Limbah tongkol jagung dan kulit jagung berpotensi sebagai bahan baku pembuatan pulp karena memiliki kandungan selulosa yang tinggi dan kulit singkong sebagai perekat (binder) yang mengandung pati cukup tinggi untuk menambah kualitas kertas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan berat optimum pulp dari campuran tongkol jagung dan kulit jagung dengan penambahan binder kulit singkong (*Manihot esculante crantz*) terhadap kualitas kertas komposit. Penelitian ini menggunakan metode kimia proses soda dengan larutan pemasak NaOH 10% dan penentuan massa optimum pulp dilakukan uji tarik dan sobek untuk masing-masing variasi massa pulp (15, 30, 45, 60 gram) dan binder 35 gram. Hasil penelitian menunjukkan massa optimum pulp pada massa 15 gram dan binder 35 gram dengan kekuatan tarik tertinggi yaitu 183,087 N/Cm³ dan kekuatan sobek 4,469 N, sehingga kualitas kertas komposit yang diperoleh dapat dikategorikan dalam kertas tissue toilet sesuai dengan SNI 14-0103-1998 dan berdasarkan Jenis dan Nama Kertas menurut "Tappi", yang mengacu pada *Technical Information Paper - "TIP 0404-36 Paper Grade Classification"*.

Kata Kunci: Binder, Kertas Komposit, Kulit Jagung, Tongkol Jagung.

ABSTRACT

Name : Nurhidayah

NIM : 60500113058

Title : **Variations Massa Pulp from Mixed Corn Cob and corn with Addition Binder Leather Leather Cassava (*Manihot esculante crantz*) for Papermaking Composites**

Waste corn cobs and corn husks are often found after post-harvest and simply discarded by the people who will cause environmental pollution if left untreated. Waste corn cobs and corn husks potential as a raw material for pulp has a high cellulose content and peel cassava as an adhesive (binder) containing starch is high enough to increase the quality of the paper. The purpose of this study was to determine the optimum weight of pulp from corn cob mixture and corn husk with the addition of cassava leaf binder (*Manihot esculante crantz*) to the quality of composite paper. This study uses a chemical process soda with a solution of 10% NaOH cookers and determining the mass of pulp optimum tensile and tear test for each variation of the mass of pulp (15, 30, 45, 60 grams) and 35 grams binder. The results showed the optimum mass of pulp on a mass of 15 grams and 35 grams binder with the highest tensile strength of 183.087 N / cm³ and tear strength 4,469 N, so the quality of the composite paper obtained can be categorized in accordance with the toilet tissue paper SNI 14-0103-1998 and by type and name Paper by "Tappi", which refers to the Technical Information Paper - "TIP 0404-36 Paper Grade Classification".

Keywords: Binder, Paper Composite, Caucasian Corn and Corn Cob

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Besarnya jumlah kertas yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, memicu industri kertas untuk meningkatkan produksinya. Saat ini industri kertas di Indonesia semakin meningkat dan hampir sebagian besar bahan baku pulpnya berasal dari kayu hutan alam. Bertambahnya kapasitas industri pulp dan kertas, maka kayu-kayu di hutan akan menipis yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, maka diperlukan bahan baku alternatif untuk menggantikan peran kayu dalam pembuatan pulp kertas.

Penggunaan bahan baku alternatif dalam industri pulp diyakini dapat menjamin keberlangsungan industri pulp nasional dan mengantisipasi kerusakan hutan alam. Biomassa yang dapat dijadikan bahan baku alternatif untuk pembuatan pulp adalah bahan baku non kayu. Sumber bahan non kayu ini berasal dari rumput-rumputan, limbah perkebunan dan pertanian. Salah satu limbah pertanian yang dapat digunakan sebagai pulp bahan baku kertas yaitu limbah tongkol jagung dan kulit jagung. Allah SWT menciptakan segala sesuatu di bumi untuk manusia dan semua ada manfaatnya bahkan sampah yang sudah dibuangpun dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang berfikir. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah/ 2:29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menurut M. Quraish Shihab, bagaimana kalian kafir, padahal Allah bukan hanya menghidupkan kamu di dunia tetapi juga menyiapkan sarana kehidupan di dunia. Dia-lah Allah SWT yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi semua, sehingga semua yang kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar, dan itu adalah bukti kemahakuasaan-Nya. Yang kuasa melakukan itu, pasti kuasa untuk menghidupkan yang mati. Pesan ayat ini adalah bumi diciptakan buat manusia. Dan kata buat manusia perlu digaris bawahi, yakni bahwa Allah menciptakannya agar manusia berperan sebagai khalifah, berperan aktif dan utama dipentas bumi ini, berperan utama dalam peristiwa-peristiwanya serta pengembangannya. Dia adalah pengelola bumi dan pemilik alat, bukan dikelola oleh bumi dan menjadi hamba yang diatur atau dikuasai oleh alat. Tidak juga tunduk pada perubahan dan perkembangan-perkembangan yang dilahirkan oleh alat-alat, sebagaimana diduga bahkan dinyatakan oleh paham materialisme.

Firman-Nya: Dia-lah (Allah), yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, dipahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya.¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya. Maka manusia wajib untuk menjaga

¹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002

lingkungannya dan mengambil manfaat dari lingkungan tersebut, seperti memanfaatkan limbah dari lingkungan sekitar untuk diolah menjadi yang lebih bermanfaat. Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kertas yaitu limbah tongkol jagung dan kulit jagung yang berasal dari tanaman jagung.

Jagung (*Zea Mays*) merupakan tanaman sumber karbohidrat di Indonesia yang beriklim tropis, dengan total produksi nomor tiga setelah padi dan ketela, dengan siklus hidup 3 sampai 5 bulan. Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2013 tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan enam propinsi produsen jagung tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara yang menempati posisi paling potensial sebagai penghasil jagung, sekaligus penghasil tongkol jagung di Indonesia. Tongkol jagung memiliki potensi sangat besar untuk dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia salah satunya sebagai bahan baku pulp untuk pembuatan kertas.²

Kertas merupakan bahan tipis berbentuk lembaran yang sering digunakan oleh masyarakat seperti menulis, menggambar, mencetak, membungkus, kerajinan dan sebagainya. Jenis kertas yang meliputi kertas HVS, kertas buram, kertas buffalo, kertas tisu, kertas minyak dan kertas seni. Kualitas kertas dilihat dari kekuatan tarik, kekuatan sobek, gramatur, tekstur kertas, corak kertas dan warna yang dimiliki.³

Berdasarkan hasil penelitian (Prasetyawati, 2015) bahwa kertas seni yang memiliki kekuatan tarik dan kekuatan sobek paling tinggi yaitu perlakuan A3B3 (75g kulit jagung + 25g tongkol jagung + 50g daun jati) dengan rerata 13,7116 N dan

²Supranto, dkk.,” Pengaruh Simultan Parameter Suhu dan Konsentrasi Larutan NaOH Terhadap Kuantitas dan Kualitas Hasil *Cellulose Powder* pada Proses Delignifikasi Tongkol Jagung”, *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan* 6, no. 2 (2014): h. 86.

³Prasetyawati, Dwi Putri, “Pemanfaatan Kulit Jagung dan Tongkol Jagung (*Zea mays*) sebagai Bahan Dasar pembuatan Kertas Seni dengan Penambahan Natrium Hidroksida (NaOH) dan Pewarna Alami”, *Skripsi*, (2015): h. 6.

21,9396 N. Kertas seni yang memiliki kekuatan tarik paling rendah yaitu perlakuan A2B3 (25g kulit jagung + 75g tongkol jagung + 50g daun jati) dengan rerata 6,9821 N. Kertas seni yang memiliki kekuatan sobek paling rendah yaitu perlakuan A2B1 (25g kulit jagung + 75g tongkol jagung tanpa daun jati) dengan rerata 7,6681 N.

Kertas serat campuran, atau seringkali dikenal dengan istilah kertas komposit, merupakan kertas yang terbuat dari campuran dua macam atau lebih pulp kertas dengan bahan lain, seperti polimer dan kertas bekas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna kertas. Pembuatan kertas serat campuran merupakan salah satu cara alternatif pembuatan kertas yang akan membantu mengurangi limbah kertas dan terutama mengurangi penggunaan kayu untuk pembuatan kertas.⁴

Menurut penelitian Budiman (2015), bahwa pembuatan pulp dapat dibuat dari tongkol jagung, tetapi kertasnya tidak berupa lembaran secara utuh. Maka dari itu pada penelitian ini, peneliti menggunakan kulit singkong sebagai binder atau perekat dalam pembuatan kertas. Pada penelitian Yosephine.,dkk (2012), menggunakan binder yang berasal dari bahan alami yaitu kulit pisang, karena kulit pisang mengandung pati yang merupakan salah satu komponen penting dari binder.

Berbagai limbah hasil pertanian yang mengandung selulosa relatif besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas seni antara lain batang pisang, jerami, mendong, batang jagung, batang tembakau dan eceng gondok. Selain itu, untuk menambah kuliatas kertas menjadi lebih baik peneliti memanfaatkan kulit singkong sebagai campuran bahan kertas atau binder.⁵

⁴Allita Yosephine, dkk, "Pemanfaatan Ampas Tebu dan Kulit Pisang dalam Pembuatan Kertas Serat Campuran", *jurnal Teknik Kimia Indonesia* 11, no. 2 (2012), h. 95.

⁵Inna Sitti Nur Jannah, "Pemanfaatan Limbah Bulu Ayam dan Kulit Singkong Sebagai Bahan Pembuatan Kertas Seni dengan Penambahan NaOH dan Pewarna Alami," *Skripsi* (2015): h. 3.

Kulit singkong merupakan limbah hasil pengupasan pengolahan produk pangan berbahan dasar umbi singkong, jadi keberadaannya sangat dipengaruhi oleh eksistensi tanaman singkong yang ada di Indonesia. Kulit singkong terkandung dalam setiap umbi singkong dan keberadaannya mencapai 16% dari berat umbi singkong tersebut. Berdasarkan data BPS 2008, diketahui produksi umbi singkong pada tahun 2008 adalah sebanyak 20.8 juta ton, artinya potensi kulit singkong di Indonesia mencapai angka 3,3 juta ton/tahun.⁶

Potensi kulit singkong ini dapat juga dimanfaatkan sebagai binder atau campuran pada pembuatan kertas, untuk menambah kualitas kertas menjadi lebih baik karena mengandung banyak pati. Tanaman singkong merupakan tanaman yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Umumnya tanaman singkong hanya dimanfaatkan daun, batang dan buahnya sedangkan kulitnya hanya dibuang dan akan menjadi limbah tidak bermanfaat, padahal kulit singkong ini mengandung pati dan α -selulosa cukup tinggi yang sangat bermanfaat. Menurut Santoso (2012) bahwa berdasarkan analisis laboratorium diketahui kulit tanaman ini mengandung *lignin* 21,72%, α -selulosa 56,82% dan panjang serat 0,05–0,5 cm.⁷ Berdasarkan ketersediaan dan komposisi yang terkandung pada kulit singkong, dapat berpotensi sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kertas sebagai perekat atau binder untuk menambah kualitas kertas.

Umumnya pulp yang dihasilkan saat ini adalah pulp kimia. Pulp kimia adalah pulp yang diperoleh dengan proses kimia, sehingga sebagian besar komponen kimia nonserat dihilangkan dan serat-serat terpisah tanpa suatu pengerjaan mekanis.

⁶Cecep Hidayat, "Peluang Penggunaan Kulit Singkong Sebagai Pakan Unggas," *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner* (2009): h, 655-665.

⁷Inna Sitti Nur Jannah, "Pemanfaatan Limbah Bulu Ayam dan Kulit Singkong Sebagai Bahan Pembuatan Kertas Seni dengan Penambahan NaOH dan Pewarna Alami," *Skripsi* (2015): h, 3.

Menurut Joedodibroto (1983) bahwa pembagian pulp kimia berdasarkan bahan kimia yang digunakan dalam proses pemasakan terdiri atas pulp soda, sulfat dan sulfit. Proses *pulping* yang optimal untuk serat tanaman non kayu adalah proses alkali menggunakan NaOH. Menurut penelitian Surest (2010) bahwa rendemen pulp tertinggi adalah 54,875% pada konsentrasi NaOH 5%, sedangkan rendemen pulp terendah adalah 48,848% pada konsentrasi NaOH 25%. Kandungan selulosa tertinggi didapat pada konsentrasi NaOH 10% yaitu sebesar 83,0367% dan kandungan selulosa terendah adalah 75,2367% pada konsentrasi NaOH 20%.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukanlah penelitian tentang variasi massa pulp dari campuran tongkol jagung dan kulit jagung dengan penambahan binder kulit singkong (*Manihot esculante cranz*) untuk pembuatan kertas komposit.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berapa berat optimum pulp dari campuran tongkol jagung dan kulit jagung dengan penambahan binder dari kulit singkong (*Manihot esculante cranz*) terhadap kualitas kertas komposit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan berat optimum pulp dari campuran tongkol jagung dan kulit jagung dengan penambahan binder dari kulit singkong (*Manihot esculante cranz*) terhadap kualitas kertas komposit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca pemanfaatan limbah dari tongkol jagung dan kulit jagung sebagai bahan baku pembuatan kertas komposit.
2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kulit singkong yang berfungsi sebagai binder dalam pembuatan kertas komposit.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bahan Baku Pembuatan Kertas

1. Jagung (*Zea mays* L.)

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang penting di dunia selain gandum dan padi. Secara umum tanaman jagung dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian 0-1.300 m dari permukaan laut dan dapat hidup baik di daerah panas maupun dingin. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Qaf/50: 9, sebagai berikut:

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

Terjemahnya:

“Dan dari langit Kami turunkan air yang memberi berkah, lalu Kami tumbuhkan dengan (air) itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen”.

Menurut Tafsir Kemenag, pada ayat ini Allah menerangkan bagaimana cara menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu yaitu menurunkan dari langit air hujan yang banyak manfaatnya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang berbuah, terutama tumbuh-tumbuhan dan biji tanamannya dapat dituai seperti padi, gandum, jagung dan sebagainya. Kata “وَحَبَّ الْحَصِيدِ” dan biji-biji tanaman yang diketam. Maksudnya, tanaman biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama.

Ayat di atas menjelaskan kekuasaan Allah SWT, menciptakan tanaman seperti biji-bijian yang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama seperti jagung. Jagung ini merupakan tanaman berbiji yang tidak bercabang dan memiliki daun berbentuk memanjang dan sejajar.

Kedudukan tanaman famili *Graminea* ini taksonomi adalah sebagai berikut:⁸

Ordo : Tripsaceae
 Famili : Poaceae
 Sub Famili : Panicoideae
 Genus : Zea
 Spesies : *Zea mays* L.

Tinggi tanaman jagung bervariasi, umumnya tinggi tanaman ini antara 1 m sampai 3 m. Ada varietas yang dapat mencapai tinggi 6 m. Tinggi tanaman biasa diukur dari permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan. Meskipun beberapa varietas dapat menghasilkan anakan (seperti padi), pada umumnya jagung tidak memiliki kemampuan ini.⁹

Batang memiliki tiga komponen jaringan utama, yaitu kulit (epidermis), jaringan pembuluh dan pusat batang. Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol tergantung varietasnya. Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot.¹⁰

Tongkol pada jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulir duduk menempel. Istilah ini juga dipakai untuk menyebut seluruh bagian jagung betina (buah jagung). Tongkol terbungkus oleh kelobot (kulit "buah jagung"). Secara morfologi, tongkol jagung adalah tangkai utama malai yang termodifikasi. Malai organ jantan pada jagung dapat memunculkan bulir pada kondisi tertentu. Tongkol

⁸Senadi Budiman., dkk, "Uji Pendahuluan Kertas Seni dari Tongkol Jagung dengan Proses Soda Dingin", *Aristoteles* 10, no.1 (2012): h. 17.

⁹Senadi Budiman., dkk, "Uji Pendahuluan Kertas Seni dari Tongkol Jagung dengan Proses Soda Dingin", h.27.

¹⁰Rinaldi, Milda Ernita dan Yunis Marni, "Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (*Zea mays* L.) yang Ditumpangsarikan dengan Kedelai (*Glycine max* L.)", *Skripsi*, Universitas Tamansiswa Padang (2009): h. 4.

jagung muda, dapat dimakan dan dijadikan sayuran. Tongkol yang tua ringan namun kuat dan menjadi sumber furfural, sejenis monosakarida dengan lima atom karbon.¹¹



Gambar 2.1. *Tongkol Jagung*

Tongkol jagung yang terlihat pada Gambar 2.1 merupakan limbah padat karena tongkol jagung tidak dapat dikonsumsi. Tongkol jagung mengandung lignoselulosa yang terdiri dari lignin, selulosa dan hemiselulosa. Menurut Irawadi (1990), limbah pertanian (termasuk tongkol jagung), mengandung selulosa (40-60%), hemiselulosa (20-30%) dan lignin (15-30%). Komposisi kimia tersebut membuat tongkol jagung dapat digunakan sebagai sumber energi, bahan pakan ternak dan sebagai sumber karbon bagi pertumbuhan mikroorganisme.¹²

Tabel 2.1. *Komposisi tongkol jagung*

Komponen	Komposisi (%)
Air	9,6
Abu	1,5
Hemiselulosa	36,0
Selulosa	41,0
Lignin	6,0
Pektin	3,0
Pati	0,014

Sumber: Puspita Cinantya (2015)

¹¹Ahmad Rasyidi Fachry, Puji Astuti dan Tri Gita Puspitasari, "Pembuatan Bioetanol dari Limbah Tongkol Jagung dengan Variasi Konsentrasi Asam Klorida dan Waktu Fermentasi", *Teknik Kimia* 19, no. 1 (2013): h. 60.

¹²Puspita Cinantya, "Ekstraksi Asam Oksalat dari Tongkol Jagung dengan Pelarut HNO₃", *Skripsi* (2015): h. 7.

Kandungan selulosa yang cukup tinggi dapat terlihat pada tabel 2.1 maka, tongkol jagung dapat digunakan sebagai bahan terbarukan yang lebih bermanfaat misalnya diproses menjadi asam oksalat dan untuk pembuatan pulp. Selulosa merupakan sebuah polisakarida tersusun dari polimer glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikoksida membentuk rantai lurus. Selulosa merupakan senyawa polisakarida yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Disakarida akan dihasilkan dengan hidrolisa parsial dari selulosa dan pada hidrolisis yang sempurna akan dihasilkan D-glukosa. Selain dari tongkolnya kulit dari jagung pun dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pulp karena juga memiliki kandungan selulosa.¹³

Kulit jagung merupakan kulit terluar yang menutupi bulir jagung. Kulit jagung ini juga merupakan lembaran modifikasi daun yang membungkus tongkol jagung. Secara morfologi, kulit atau klobot jagung ini mempunyai permukaan yang kasar dan berwarna hijau muda sampai hijau tua seperti pada Gambar 2.2. Jumlah rata-rata kulit jagung dalam satu tongkol adalah 12-15 lembar.¹⁴



Gambar 2.2. Kulit jagung

¹³Puspita Cinantya, “Ekstraksi Asam Oksalat dari Tongkol Jagung dengan Pelarut HNO₃”, h. 7.

¹⁴Tri Gustina, “Pemanfaatan Kulit Jagung sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp”, *Skripsi*, Politeknik Sriwijaya Palembang (2015): h. 6-7.

Komposisi kimia dan karakteristik serat dari kulit jagung yang telah dikeringkan dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2. *Komposisi Kimia Kulit Jagung Kering*

Komponen	%
Lignin	15
Abu	5.09
Alkohol-cyclohexane kelarutan (1:2 v/v)	4.57
Selulosa	44.08

Sumber: Gustina (2015)

Kulit jagung memiliki komposisi yang setara dengan bahan baku pulp non kayu lainnya, karena kulit jagung memiliki selulosa yang cukup tinggi dan ukuran serat dengan panjang <2 mm (ukuran serat sedang), sehingga kulit jagung juga berpotensi dalam bahan baku pembuatan kertas.¹⁵

Tabel 2.3. *Karakteristik Serat Kulit Jagung*

Bagian serat	Ukuran
Panjang serat (mm)	1,71 ± 0,5
Diameter serat (µm)	21,89 ± 5,1
Ketebalan dinding kulit (µm)	7,63 ± 2,3

Sumber: Gustina (2015)

¹⁵Fagbemi, *at al.*, eds., "Strength Properties of Paper from Pulp Blend of Kenaf Bark and Corn Husk: A Preliminary Study", *British Journal of Applied Science & Technology* 4, no. 24 (2014): h. 4125.

2. Kulit Singkong

Singkong merupakan tanaman berumur panjang yang tumbuh di daerah tropika dengan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang tinggi, tahan terhadap musim kemarau dan mempunyai kelembaban yang tinggi, tetapi sensitif terhadap suhu rendah. Tanaman singkong mempunyai adaptasi yang luas. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah sampai tinggi, yaitu dari 0 sampai 2500 m di atas permukaan laut, maupun di daerah kering dengan curah hujan sekitar 500 mm/tahun, asalkan air tidak sampai tergenang diperakarannya.¹⁶

Taksonomi tanaman singkong menurut adalah sebagai berikut:¹⁷

Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiosperma
Klas	: Dicotyledoniae
Ordo	: Geraniales
Famili	: Euphorbiaceae
Subfamili	: Euphorbiaceae (Contonoideae)
Tribe	: Manihoteae
Genus	: Manihot
Spesies	: <i>Manihot esculante</i> Crantz atau <i>Manihot utilisim</i>

Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa kulit singkong atau kulit umbi ubi kayu yang diperoleh dari produk tanaman ubi kayu (*Manihot Esculenta Cranz*) merupakan limbah padat yang berwarna merah muda dan kulit arinya berwarna coklat dan merupakan limbah utama dari pangan di negara-negara berkembang.

¹⁶Cecep Hidayat, "Peluang Penggunaan Kulit Singkong Sebagai Pakan Unggas," *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner* (2009): h. 658.

¹⁷Cecep Hidayat, "Peluang Penggunaan Kulit Singkong Sebagai Pakan Unggas," h. 685.



Gambar 2.3. Kulit Singkong

Komponen kimia kulit singkong adalah sebagai berikut: protein 8,11 %, serat kasar 15,20 %, pektin 0,22 %, lemak kasar 1,44 %, karbohidrat 16,72 %, kalsium 0,63 %, air 67,74 % dan abu 1,86 %. Sedangkan komponen kimia dan gizi daging singkong dalam 100 g adalah protein 1 g, kalori 154 g, karbohidrat 36,8 g dan lemak 0,1 g. Selain itu kulit singkong juga mengandung tanin, enzim peroksida, glukosa, kalsium oksalat, serat dan HCN. Setiap kilogram ubi kayu biasanya dapat menghasilkan 15–20 % kulit umbi. Kandungan pati kulit ubi kayu cukup tinggi, memungkinkan digunakan sebagai binder (perekat) dalam pembuatan kertas.¹⁸

Binder mempunyai pengaruh yang besar pada sifat akhir kertas. Fungsi binder antara lain bertindak sebagai pembawa pigmen, pengikat partikel pigmen menjadi satu, mengikat partikel pigmen dengan kertas, memberi sifat alir yang dibutuhkan dan mengontrol absorpsi tinta cetak selama proses cetak pada kertas. Pati merupakan binder yang berasal dari bahan alam dan juga termasuk jenis perekat dalam yang mampu mengikat bahan-bahan penyusun kertas untuk meningkatkan kualitas kertas.¹⁹


¹⁸Fauzi Akbar, Zulisma Anita dan Hamidah Harahap, "Pengaruh Waktu Simpan Film Plastik Biodegradasi dari Pati Kulit Singkong terhadap Sifat Mekanikalnya", *Jurnal Teknik Kimia* 2, no. 2 (2013): h. 12.

¹⁹Allita Yosephine, dkk, "Pemanfaatan Ampas Tebu dan Kulit Pisang dalam Pembuatan Kertas Serat Campuran", h. 96.

Penambahan pati dalam pembuatan pulp sebelum dibuat menjadi kertas. Pada kertas pati akan mengisi pori, menghaluskan permukaan kertas dan mencegah tinta menyebar pada permukaan ketika kertas tersebut ditulis. Pati yang teroksidasi, asam dari modifikasi pati dan kation dari pati biasa digunakan dalam proses pembuatan kertas, bersama dengan hidrosimetil yang dimodifikasi dan fosfat ester dari pati, untuk meningkatkan kekuatan dan ketebalan dari beberapa jenis kertas, seperti kertas untuk kalender dan kotak karton.²⁰

Pati merupakan senyawa polisakarida yang terdiri dari monosakarida berikatan melalui ikatan oksigen. Monomer dari pati adalah glukosa berikatan dengan ikatan α (1,4)-glikosidik, yaitu ikatan kimia yang menggabungkan 2 molekul monosakarida berikatan kovalen terhadap sesamanya.²¹


Pati merupakan zat tepung dari karbohidrat dengan suatu polimer senyawa glukosa yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan suatu polisakarida yang dasarnya linear dengan ikatan α -(1-4) unit glukosa. Derajat polimerisasi amilosa berkisar antara 500–6.000 unit glukosa, bergantung pada sumbernya. Struktur amilosa dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.²²

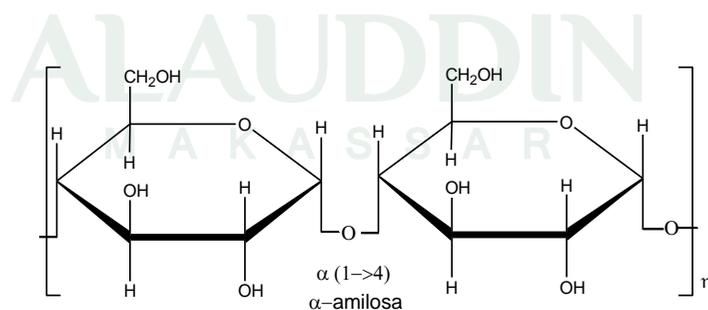

²⁰Allita Yosephine, dkk, "Pemanfaatan Ampas Tebu dan Kulit Pisang dalam Pembuatan Kertas Serat Campuran", h. 96.

²¹Heny Herawati, "Potensi Pengembangan Produk Pati Tahan Cerna sebagai Pangan Fungsional", *Litbang Pertanian* 30, no. 1 (2011): h. 32.

²²Heny Herawati, "Potensi Pengembangan Produk Pati Tahan Cerna sebagai Pangan Fungsional", h. 32.

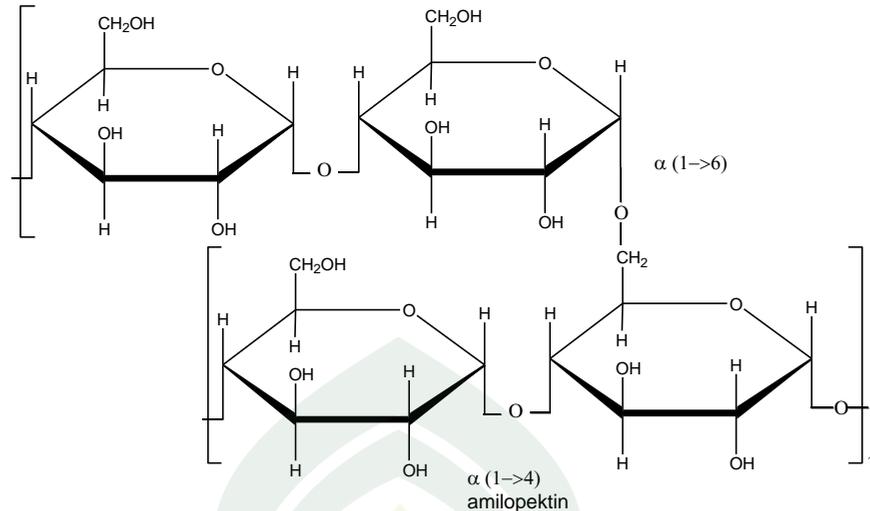Gambar 2.4. Struktur Amilosa**Gambar 2.5. Struktur amilopektin**

Sumber: Herawati

Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa amilopektin merupakan polimer α -(1-4) unit glukosa dengan rantai samping α -(1-6) unit glukosa. Dalam suatu molekul pati, ikatan α -(1-6) unit glukosa ini jumlahnya sangat sedikit, berkisar antara 4-5%. Namun, jumlah molekul dengan rantai yang bercabang, yaitu amilopektin, sangat banyak dengan derajat polimerisasi 10^5 - 3×10^6 unit glukosa.²³

B. Tinjauan Umum Pulp

Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Pulp dapat dibuat dari bahan kayu, non kayu dan kertas bekas dapat diartikan sebagai suatu material/bahan bersifat halus dan lembab yang terdiri dari bahan serat kayu, tampilannya dapat berwujud benda setengah cair hingga setengah padat dan padat (tergantung seberapa banyak kandungan air/zat cair di dalamnya). Ketika berbentuk sebagai benda cair, pulp menyerupai "bubur". Pulp ini merupakan bahan baku utama untuk aneka jenis kertas dan *polywoods* serta produk turunan lainnya. Bahan baku

²³ Maswati Baharuddin, dkk. *Kimia Dasar II* (Makassar: UIN-Press, 2013), h.98.

pulp biasanya mengandung tiga komponen utama, yaitu: selulosa, hemiselulosa dan lignin. Secara umum prinsip pembuatan pulp merupakan proses pemisahan selulosa terhadap bahan-bahan dari senyawa yang dikandung oleh kayu di antaranya lignin.²⁴

Syarat-syarat bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pulp yaitu, berserat, kadar Alpa Selulosa lebih dari 40 %, kadar ligninnya kurang dari 25 %, kadar air maksimal 10%, memiliki kadar abu yang kecil.²⁵ Sedangkan untuk standar kualitas pulp yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.4. Standar Kualitas Pulp

Komposisi	Nilai (%)
Selulosa	40-50
Lignin	16-25
Abu	<3
Air	<10

Sumber: Balai Besar Pulp (1989)

1. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pulp

Mutu pulp dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

Panjang serat, panjang serat akan mempengaruhi kekuatan kertas, dimana kekuatan kertas tidak begitu penting, misalnya untuk kertas tulis sehingga dapat terdiri dari sebagian besar serat pendek. Namun demikian perlu pencampurannya dengan serat panjang, hal ini penting agar lembaran yang terbentuk dapat lancar berjalan diatas mesin kertas tanpa terputus-putus. Klasifikasi panjang serat ada 3

²⁴Azhary H. Surest dan Dodi Satriawan, "Pembuatan Pulp dari Batang Rosella dengan Proses Soda (Konsentrasi Naoh, Temperatur Pemasakan dan Lama Pemasakan)," *Teknik Kimia* 3, No. 17 (2010), h. 2.

²⁵Tri Gustina, "Pemanfaatan Kulit Jagung sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp", h. 9.

bagian yaitu, serat panjang : 2,0 – 3,0 mm, serat sedang: 1,0–2,0 mm dan serat pendek : 0,1 – 1,0 mm.²⁶

Kadar selulosa, selulosa merupakan komponen kayu terbesar, di dalam kayu jumlahnya mencapai hampir setengahnya. Selulosa merupakan polimer linier dengan berat molekul tinggi tersusun seluruhnya atas D-glukosa sampai sebanyak 14.000 satuan terdapat sebagai berkas-berkas terpuntir mirip tali, yang terikat satu sama lain oleh ikatan hidrogen

Kadar Lignin, lignin merupakan produk massa tumbuh-tumbuhan yang secara biologis paling lambat. Apabila dipanaskan dengan Ca-bisulfit dalam NaOH dengan suatu tekanan tinggi, maka lignin ini akan larut dan yang tertinggal hanya selulosanya saja. Kadar lignin pulp pada bahan baku kayu 20-35%, sedangkan pada bahan baku non kayu kadarnya lebih kecil lagi. Pada pembuatan pulp, kadar lignin ditekan sekecil mungkin, tergantung jenis kertas yang akan dibuat, karena akan memberikan pewarnaan pada pulp.

Bilangan kappa adalah jumlah mililiter kalium permanganat (KMnO₄) 0,1 N yang terpakai oleh 1 gram pulp kering tanur sesuai kondisi standar. Bilangan kappa ditentukan untuk mengetahui kandungan lignin dalam suatu pulp. Pengukuran bilangan kappa ini bertujuan untuk mengetahui derajat delignifikasi yang dicapai selama proses pemasukan dan untuk mengetahui jumlah larutan pemutih yang dibutuhkan dalam proses pemutihan.

. Kadar air yang tinggi akan mempengaruhi kualitas pulp. Hal ini disebabkan karena kadar air yang tinggi dapat mempengaruhi viskositas pulp dan menyebabkan kualitas pulp menurun.

²⁶Tri Gustina, “Pemanfaatan Kulit Jagung sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp”, h. 20-21.

2. Jenis-jenis Pulp

Menurut komposisinya pulp dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:²⁷

Pulp kayu adalah pulp yang berbahan baku kayu, pulp kayu dibagi menjadi 2 jenis yaitu pulp kayu lunak yang merupakan jenis kayu lunak yang umum digunakan berupa jenis kayu berdaun jarum (*Needle Leaf*) seperti Pinus Merkusi, Agatis Loranthifolia dan Albizza Folcata. Sedangkan pulp kayu keras yang pada umumnya memiliki serat seperti yang terdapat pada jenis kayu berdaun lebar seperti kayu oak.

Pulp non kayu umumnya merupakan kombinasi antara pulp non kayu dengan pulp kayu lunak kraft atau sulfit yang ditambahkan untuk menaikkan kekuatan kertas. Karakteristik bahan non kayu mempunyai sifat fisik lebih baik daripada kayu lunak dan dapat digunakan dalam jumlah yang lebih rendah bila digunakan sebagai pelengkap sebagai bahan pengganti bahan kayu lunak. Sumber serat non kayu meliputi: Limbah pertanian dan industri hasil pertanian seperti jerami padi, gandum, batang jagung dan limbah kelapa sawit. Tanaman yang tumbuh alami seperti alang-alang dan rumput-rumputan. Tanaman yang diolah, seperti serat daun dan serat dari batang.

Pulp kertas bekas, pulp yang diperoleh merupakan hasil dari daur ulang kertas bekas yang dihancurkan, dimasak dan dicetak kembali. Pulp kertas bekas banyak dimanfaatkan sebagai kertas seni.²⁸

3. Pembuatan Pulp secara Kimia dengan Proses Soda

Pembuatan pulp proses kimia dengan penambahan bahan kimia sebagai bahan pemasak untuk menghilangkan lignin, sehingga serat yang terdapat di dalam kayu

²⁷ Tutuk Hasrini dan Susilowati, "Pemanfaatan Kulit Buah Kakao dari Limbah Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp dengan Proses Organosolv", *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 2, no. 2 (2010): h. 83.

²⁸Gustina Tri, "Pemanfaatan Kulit Jagung sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp", h. 9.

mudah dilepas.²⁹ Proses pembuatan pulp secara kimia adalah proses pembuatan pulp yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan utama untuk melarutkan bagian-bagian kayu yang tidak diinginkan. Rendemen pulp yang diperoleh dalam proses ini relatif rendah dibandingkan dengan proses mekanis dan semi kimia, yaitu antara 40–60%, sehingga diperoleh produk selulosa yang lebih murni. Ada tiga macam proses pembuatan pulp secara kimia yaitu proses soda, proses sulfat atau kraft dan proses sulfit, masing-masing menggunakan larutan pemasak yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan proses soda karena dapat digunakan untuk berbagai macam bahan baku, baik dari bahan baku kayu maupun non kayu.³⁰

Proses soda menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) sebagai larutan pemasak. Cara ini biasanya dipakai untuk mengolah bahan baku jenis rumput-rumputan. Pulp yang dihasilkan berwarna coklat, dapat diputihkan dan seratnya kurang kuat. Sistem pemasakan alkali menggunakan tekanan tinggi dan menambahkan NaOH sebagai larutan pemasak dengan perbandingan 4:1 dari kayu yang digunakan. Proses alkali jarang digunakan dibandingkan dengan proses sulfit, karena proses alkali lebih sulit memperoleh zat kimia dari larutan pemasak. Keuntungan proses soda adalah mudah mendapatkan kembali bahan kimia hasil pemasakan NaOH dari lindi hitam dan bahan baku yang dipakai dapat bermacam-macam.

Proses soda umumnya digunakan untuk bahan baku dari limbah pertanian seperti tongkol jagung serta kayu lunak. Proses soda merupakan proses pemasakan dengan metode basa. Larutan pemasak yang digunakan adalah NaOH. Proses ini sangat cocok digunakan untuk bahan baku non kayu. Keuntungan proses ini yaitu

²⁹ Rosdiana Moeksin., dkk, “Pengaruh Pemutihan Terhadap Warna Pulp dari Ampas Tebu”, h. 32.

³⁰Syamsul Bahri, “Pembuatan *Pulp* dari Batang Pisang”, h. 38.

dari segi teknis dan lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan proses lain, karena tidak membuat limbah yang begitu berbahaya di lingkungan sekitar.³¹

Menurut penelitian Harsini dan Susilowati (2010) Larutan pemasak yang digunakan adalah NaOH sebanyak 18-35% berat bahan baku kering. Degradasi selulosa oleh larutan NaOH pekat dapat terjadi pada suhu di atas 100°C. Semakin tinggi temperatur pemasakan maka perbandingan jumlah selulosa yang hilang akan lebih banyak daripada lignin yang hilang.

Pada proses soda dan kraf bahan baku dimasak di dalam digester yang berisi larutan soda api (NaOH). Selama berlangsungnya proses pemasakan polimer lignin akan terdegradasi dan kemudian larut dalam air. Larutnya lignin ini disebabkan oleh terjadinya transfer ion hidrogen dari gugus hidroksil pada lignin ke ion hidroksil.³²

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Pulp

Beberapa hal yang berpengaruh pada proses soda yaitu perbandingan cairan pemasak terhadap bahan baku yang digunakan, kekurangan bahan kimia atau larutan pemasak menyebabkan pulp berwarna gelap dan sukar diputihkan pada tahap pemutihan. Namun, bahan pemasak yang berlebihan juga dapat menurunkan % rendemen dengan terjadinya degradasi serat-serat selulosa. Waktu dan temperatur pemasakan, jika waktu pemasakan terlalu lama, maka selulosa juga akan larut dalam jumlah besar. Jika temperatur terlalu tinggi, jumlah karbohidrat yang terdegradasi akan lebih besar daripada lignin yang terlarut sehingga akan menurunkan rendemen dan kekentalan pulp.³³

³¹Gustina Tri, "Pemanfaatan Kulit Jagung sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp", h. 14.

³²Afni Ariani Lubis, "Isolasi Lignin dari Lindi Hitam (*Black liquor*) Proses Pemasakan Pulp dan Pulp Sulfat (*Kraf*)," *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor (2007): h, 24.

Secara umum proses pembuatan pulp dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya: konsentrasi pelarut, semakin tinggi konsentrasi larutan alkali, akan semakin banyak selulosa yang larut. Larutan NaOH berfungsi dalam pemisahan dan penguraian serat selulosa dan non selulosa. Perbandingan cairan pemasak terhadap bahan baku haruslah memadai agar pemisahan lignin sempurna dalam proses degradasi dan dapat larut sempurna dalam cairan pemasak. Perbandingan yang terlalu kecil dapat menyebabkan terjadinya redeposisi lignin, sehingga dapat meningkatkan bilangan kappa (kualitas pulp menurun) perbandingan yang dianjurkan lebih dari 8:1.³⁴

Waktu pemasakan sangat perlu diperhatikan, dimana waktu pemasakan dapat dikurangi beberapa saat dengan menaikkan suhu pemasakan. Biasanya pada waktu pemasakan tinggi rendemen dan kualitas pulp turun, sehingga pulp yang dihasilkan tidak bertahan lama. Semakin lama waktu reaksi maka semakin banyak lignin yang tersisihkan dari biomassa, sehingga kandungan lignin dalam pulp semakin berkurang, untuk waktu yang lebih lama kandungan lignin dalam pulp mempunyai kecenderungan untuk meningkat kembali. Waktu yang diperlukan untuk delignifikasi optimum adalah dalam rentang 60–120 menit, persen perolehan pulp dan selulosa tidak bertambah setelah 120 menit pemasakan.³⁵

Temperatur pemasakan berhubungan dengan laju reaksi. Temperatur yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya pemecahan makromolekul semakin banyak, sehingga produk yang larut dalam alkali pun akan semakin banyak.


³⁴ Ivan Wibisono., dkk, "Pembuatan Pulp dari Alang-alang", *Widya Teknik* 10, no. 1 (2011), h.14.

³⁵ Syamsul Bahri, "Pembuatan *Pulp* dari Batang Pisang," *Teknologi Kimia Unimal* 4, no.2 (2015): h. 42.

C. Komponen Kimia Pulp

1. Selulosa

Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak melimpah di alam, karena struktur bahan seluruh dunia tumbuhan terdiri atas sebagian besar selulosa. Suatu jaringan yang terdiri atas beberapa lapis serat selulosa adalah unsur penguat utama dinding sel tumbuhan.

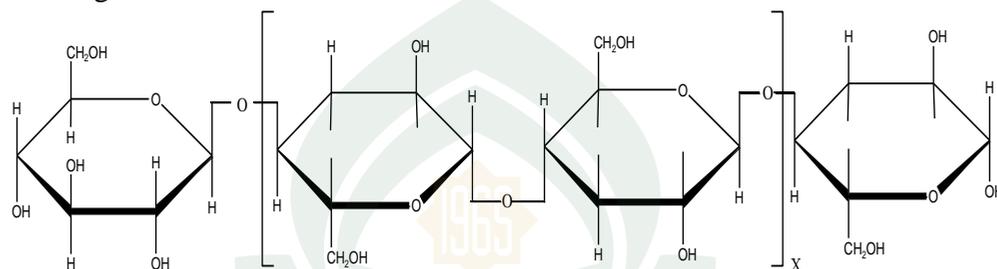

Gambar 2.6. Struktur molekul selulosa

Sumber: Prabawati (2008)


Di dalam selulosa terdapat dalam bentuk serat-serat. Serat-serat selulosa mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi. Selulosa merupakan suatu polimer berantai lurus dan terdiri dari unit-unit glukosa terlihat seperti pada Gambar 2.6. Bobot molekul selulosa alamiah sukar diukur, dikarenakan degradasi yang terjadi selama isolasi. Panjang rantainya berbeda-beda dari jenis tumbuhan yang berbeda. Selulosa termasuk senyawa polisakarida memiliki rumus empiris $(C_6H_{10}O_5)_n$, dimana n berkisar dari 2000 sampai dengan 3000.³⁶

Selulosa $(C_6H_{10}O_5)_n$ adalah polimer berantai panjang polisakarida karbohidrat dari β-glukosa. Selulosa merupakan penyusun utama kayu berupa polimer alami yang panjang dan liner terdiri dari residu β-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosida pada posisi C1 dan C4. Selulosa mempunyai sifat antara lain berwarna putih, berserat, tidak larut dalam air dan pelarut organik serta mempunyai kuat tarik

³⁶Syamsul Bahri, "Pembuatan Pulp dari Batang Pisang", *Teknik Kimia Unimal* 4, no.2 (2015): h, 38.

yang tinggi. Dalam kondisi asam kuat dan konsentrasi alkohol yang berlebih, akan terjadi reaksi esterifikasi selulosa yaitu reaksi antara selulosa dengan alkohol membentuk eter.³⁷

Selulosa merupakan unsur yang penting dalam proses pembuatan pulp, semakin banyak selulosa terkandung dalam pulp maka semakin baik kualitas pulp tersebut. Menurut Purnawan dan Partiwi (2014: 324), berdasarkan derajat polimerisasi (DP), selulosa dibedakan atas tiga jenis yaitu: selulosa α (*Alpha cellulose*) merupakan selulosa berantai panjang, tidak larut dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan derajat polimerisasi berkisar 600-1500. Selulosa α digunakan sebagai penentu tingkat kemurnian selulosa. Selulosa dengan derajat kemurnian α diatas 92% memenuhi syarat untuk pembuatan propelan atau bahan peledak. Sedangkan selulosa dengan kualitas dibawahnya digunakan sebagai bahan baku pada industri pembuatan kertas dan industri kain (serat rayon). Semakin tinggi kadar alfa selulosa, maka akan semakin baik mutu bahannya.³⁸ Adapun rumus struktur dari α selulosa ditunjukkan pada Gambar 2.7 sebagai berikut:

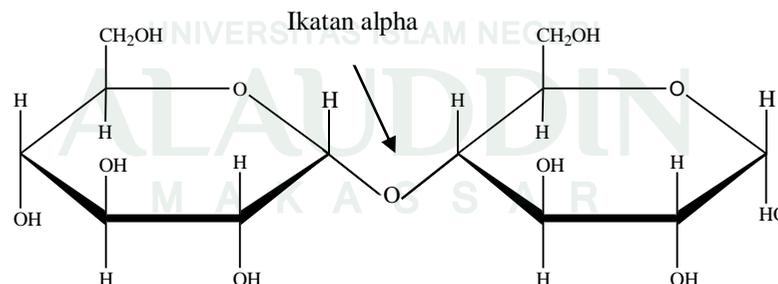


Gambar 2.7. Struktur α selulosa
Sumber: Dirga Rizky (2012)

³⁷ Aswan Dermawan, “ Pengaruh Konsentrasi Larutan Etanol dan Lama Waktu Pemasakan Terhadap Dimensi Serat dan Rendemen Organosolv Pulp Bambu Betung (*Dendrocalamus asper* Backer,” *Skripsi*, Universitas Halu Oleo, Kendari (2016): h, 12.

³⁸Rizky Dirga Harya Putera, “Ekstraksi Serat Selulosa dari Tanaman Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) dengan Vaiasi Pelarut,” *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok (2012): h.18.

Selulosa β (*Betha cellulose*) merupakan selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan derajat polimerisasi berkisar 15-90, dapat mengendap bila dinetralkan, struktur dari β selulosa ditunjukkan pada Gambar 2.8, sebagai berikut:

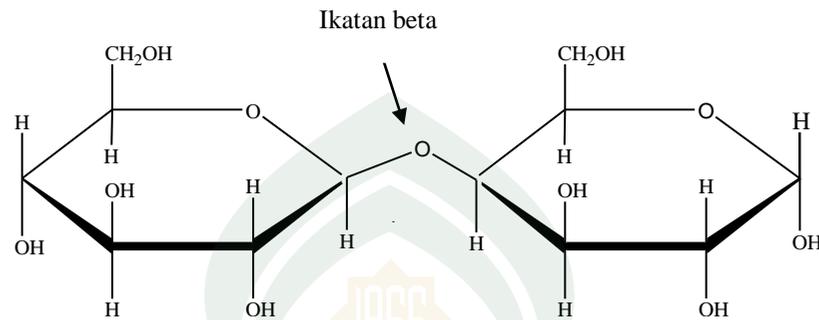

Gambar 2.8. Struktur β selulosa
Sumber: Dirga Rizky (2012)


Selulosa γ (*Gamma cellulose*) merupakan selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP kurang daripada 15. Kandungan utamanya adalah hemiselulosa. Sifat serat selulosa adalah memiliki kekuatan tarik yang tinggi, mampu membentuk jaringan, tidak mudah larut dalam air, alkali dan pelarut organik. Relatif tidak berwarna dan Memiliki kemampuan mengikat yang lebih kuat.³⁹

2. Hemiselulosa

Hemiselulosa merupakan polimer dari sejumlah sakarida yang berbeda-beda yaitu D-glukosa, L-arabinosa, D-silosa, D-glukorunat. Susunan dari bahan-bahan tersebut di dalam rantai hemiselulosa sangat tidak teratur (heterogen). Beberapa sifat kimia penting dari hemiselulosa yang berhubungan dengan pengolahan biomassa, antara lain adalah sedikit larut dalam air, larut dalam alkali, larut dan terhidrolisis oleh asam. Dibanding dengan selulosa, hidrolisis asam terhadap hemiselulosa lebih

³⁹Tutuk Hasrini dan Susilowati, "Pemanfaatan Kulit Buah Kakao dari Limbah Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp dengan Proses Organosly," *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 2, no. 2(2013): 83.

mudah terjadi. Larutan basa dingin dapat melarutkan hemiselulosa, larutan yang biasanya dipakai ialah larutan KOH 24% atau NaOH 17,5%.⁴⁰

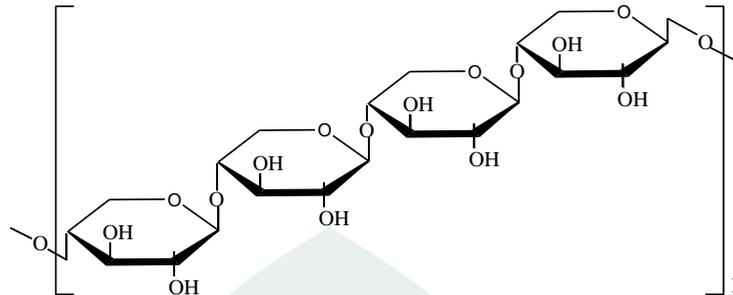

Gambar 2.9. Struktur hemiselulosa
Sumber: Purnawan (2014)

Hemiselulosa merupakan senyawa berbentuk non kristal dan mudah terhidrolisis. Hemiselulosa bersama dengan lignin terikat kuat dengan selulosa, sangat mudah terdegradasi oleh asam menjadi unit-unit yang lebih sederhana dan larut dalam air sehingga semakin tinggi konsentrasi asam akan meningkatkan laju hidrolisis sehingga terjadi penurunan kadar hemiselulosa. Degradasi ini dimulai dengan isomerisasi ujung pada ketosa yang terdapat ikatan glikosida pada kedudukan β terhadap gugus karbonil.⁴¹

Pada saat proses pemasakan berlangsung, hemiselulosa akan lunak dan pada saat hemiselulosa menjadi lunak, serat yang sudah terpisah akan lebih mudah menjadi serabut. Perbedaan hemiselulosa dengan selulosa yaitu hemiselulosa mudah larut dalam alkali tapi sukar larut dalam asam, sedangkan selulosa sukar larut dalam alkali. Hemiselulosa juga bukan merupakan serat-serat panjang seperti selulosa.

⁴⁰ Purnawan dan Cyrilla Indri Parwati, "Pembuatan Pulp dari Serat Aren (*Arenga Pinnata*) dengan Proses Nitrat Soda," *Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta* (2014): h. 325.

⁴¹ Aswan Dermawan, "Pengaruh Konsentrasi Larutan Etanol dan Lama Waktu Pemasakan Terhadap Dimensi Serat dan Rendemen Organosolv Pulp Bambu Betung (*Dendrocalamus asper* Backer : h, 12.

Hasil hidrolisis selulosa akan menghasilkan D-glukosa, sedangkan hasil hidrolisis hemiselulosa akan menghasilkan D-xilosa dan monosakarida lainnya.⁴²

3. Lignin


Lignin adalah suatu polimer yang kompleks dengan berat molekul tinggi, tersusun atas unit-unit fenilpropan. Meskipun tersusun atas karbon, hidrogen dan oksigen, lignin bukanlah suatu karbohidrat dan bahkan tidak ada hubungan dengan golongan senyawa tersebut, akan tetapi lignin pada dasarnya adalah suatu fenol. Lignin sangat stabil dan sukar dipisahkan dan mempunyai bentuk bermacam-macam, karenanya susunan lignin yang pasti di dalam kayu tetap tidak menentu.⁴³

Lignin memiliki struktur kimiawi seperti pada Gambar 2.10 yang bercabang-cabang dan berbentuk polimer tiga dimensi. Molekul dasar lignin adalah fenil propan. Oleh karena ukuran dan strukturnya yang tiga dimensi bisa memungkinkan lignin berfungsi sebagai semen atau lem bagi kayu yang dapat mengikat serat dan memberikan kekerasan struktur serat. Bagian tengah lamela pada sel kayu, sebagian besar terdiri dari lignin, berikatan dengan sel-sel lain dan menambah kekuatan struktur kayu. Dinding sel juga mengandung lignin. Pada dinding sel, lignin bersama-sama dengan hemiselulosa membentuk matriks (semen) yang mengikat serat-serat halus selulosa. Lignin di dalam kayu memiliki persentase yang berbeda tergantung dari jenis kayu.⁴⁴

⁴²Gustina Tri, "Pemanfaatan Kulit Jagung sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp: h. 17.

⁴³ Edo Nofriadi, " Keragaman Nilai Lignin Terlarut Asam (*Acid Soluble Lignin*) dalam Kayu Reaksi *Pinus merkusii* Jungh et de Vriese dan *Gnetum gnemon* Linn", *Skripsi* (Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor: 2009), h. 5.

⁴⁴Purnawan dan Cyrilla Indri Parwati, "Pembuatan Pulp dari Serat Aren (*Arenga Pinnata*) dengan Proses Nitrat Soda," h. 326.

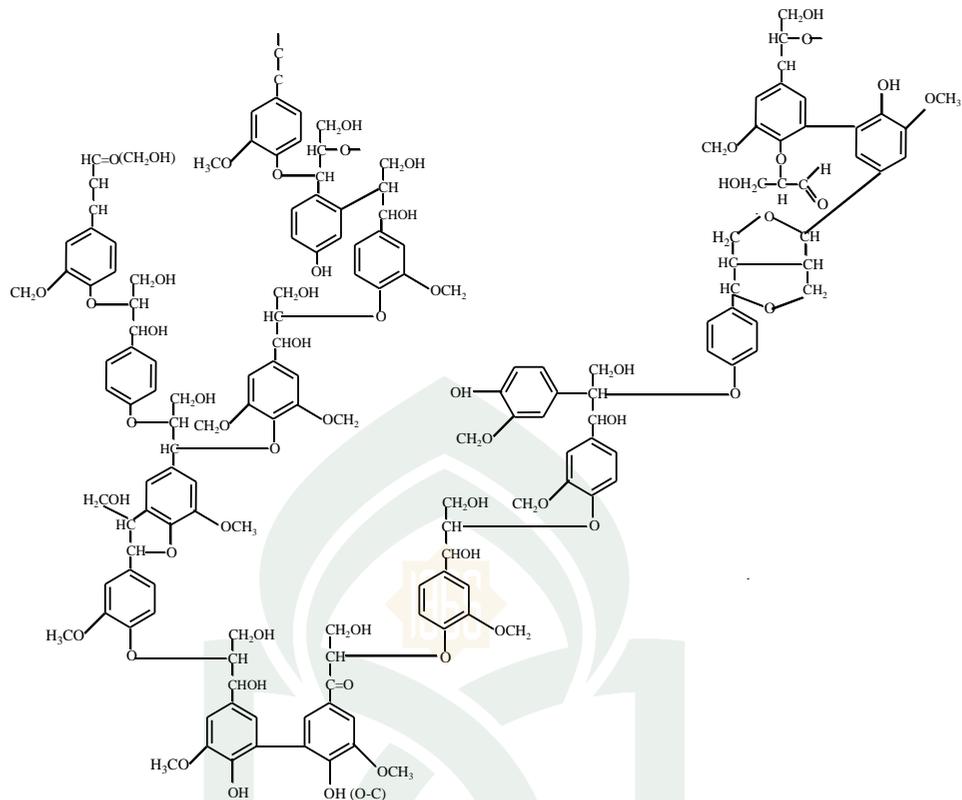

Gambar 2.10. Struktur Lignin
Sumber: Afni Ariani Lubis (2007)

Lignin merupakan makromolekul ketiga yang terdapat dalam biomassa, berfungsi sebagai pengikat antar serat. Lignin dapat dihilangkan dari bahan dinding sel yang tak larut dengan klor dioksida. Struktur molekul lignin sangat berbeda bila dibandingkan dengan polisakarida, karena terdiri dari sistem aromatik yang tersusun atas unit-unit fenil propane. Sifat-sifat lignin yaitu tidak larut dalam air dan asam mineral kuat, larut dalam pelarut organik dan larutan alkali encer. Lignin yang terikut dalam produk pulp menurunkan kekuatan kertas dan menyebabkan kertas menguning. Pulp akan mempunyai sifat fisik atau kekuatan yang baik apabila mengandung sedikit lignin. Hal ini karena lignin bersifat menolak air dan kaku

sehingga menyulitkan dalam proses penggilingan. Kadar lignin untuk bahan baku kayu 20-35 %, sedangkan untuk bahan non-kayu lebih kecil lagi.⁴⁵

D. Kertas

Kertas adalah bahan tipis dan rata, dihasilkan dengan kompresi serat berasal dari pulp yang telah mengalami pengerjaan, penggilingan, ditambah beberapa bahan tambahan saling menempel dan jalin-menjalin. Serat yang digunakan biasanya alami tetapi mengandung selulosa dan hemiselulosa. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-An'am/6: 7 sebagai berikut:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا أَالَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”

Menurut M. Quraish Shihab, kata (قِرْطَاسٍ) *Qirthas* adalah sesuatu yang ditulisi, apapun bahannya, baik kertas dalam bahasa Indonesia maupun daun atau kulit. Sementara ulama berpendapat, kata tersebut tidak digunakan kecuali jika ia telah bertuliskan sesuatu. Kata ini tidak terambil dari bahasa Arab.

Ayat tersebut di atas menjelaskan pengertian tentang kertas yang berasal dari bahasa arab yaitu *Qirthas* yang berarti sesuatu yang ditulisi apapun bahannya. Kertas terbuat dari bahan apapun yang memiliki serat dan selulosa yang tinggi.

Secara umum kertas dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kertas budaya dan kertas industri. Kertas budaya adalah kertas-kertas cetak dan kertas tulis, diantaranya: kertas kita, buku, Bristol (kertas kartu), cover, kertas duplicating, koran,

⁴⁵ Aswan Dermawan, “ Pengaruh Konsentrasi Larutan Etanol dan Lama Waktu Pemasakan Terhadap Dimensi Serat dan Rendemen Organosolv Pulp Bambu Betung (*Dendrocalamus asper* Backer : h, 14.

kertas litho (kertas cetak), kertas amplop. Kertas industri, diantaranya: kertas kantong, kertas minyak, pembungkus buah-buahan, cigarette tissue, kertas bangunan dan karton, kertas pengemas makanan, kertas makanan, kertas isolasi elektis, karton, pembungkus sayur-sayuran. Kertas tisu terdiri dari kertas tissue rumah tangga dan kertas sigaret. Kertas khusus terdiri dari : kertas uang, kertas dektor, kertas overlay, kertas thermo, kertas label dan lain-lain.

a. Jenis-jenis Kertas

Jenis kertas utama yang digunakan, yaitu kertas kasar dan kertas lunak. Kertas yang digunakan sebagai kemasan adalah jenis kertas kasar, sedangkan kertas halus digunakan untuk kertas tulis yaitu untuk buku dan kertas sampul. Kertas kemasan yang paling kuat adalah kertas kraft dengan warna alami, yang dibuat dari kayu lunak dengan proses sulfat.

Kertas glasin dan kertas tahan minyak dibuat dengan cara memperpanjang waktu pengadukan pulp sebelum dimasukkan ke mesin pembuat kertas. Penambahan bahan-bahan lain seperti film plastik bertujuan untuk menambah kelembutan dan kelenturan kertas, sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang lengket. Penambahan antioksidan bertujuan untuk memperlambat ketengikan dan menghambat pertumbuhan jamur atau khamir. Kedua jenis kertas ini mempunyai permukaan seperti gelas dan transparan, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap lemak, oli dan minyak, tidak tahan terhadap air walaupun permukaan dilapisi dengan bahan tahan air seperti lak dan lilin.⁴⁶

Kertas perkamen digunakan untuk mengemas bahan pangan seperti: mentega, biskuit yang berkadar lemak tinggi, keju, ikan (basah, kering atau digoreng), daging

⁴⁶M. Syuhada., dkk, “*Sejarah Ukuran dan Jenis Kertas*”, Universitas Brawijaya (2015), h. 21.

(segar, kering, diasap atau dimasak). Sifat-sifat kertas perkamen adalah: mempunyai ketahanan lemak yang baik, mempunyai kekuatan basah yang baik walaupun dalam air mendidih, permukaan bebas serat, tidak berbau, tidak terasa dan transparan sehingga sering disebut kertas glasin.

Kertas lilin adalah kertas yang dilapisi dengan lilin yang bahan dasarnya adalah lilin parafin dengan titik cair 46–74°C dan dicampur polietilen (titik cair 100–124°C) atau petrolatum (titik cair 40–52°C). Kertas ini dapat menghambat air, tahan terhadap minyak/oli dan daya rekat panasnya baik. Kertas lilin digunakan untuk mengemas bahan pangan, sabun, tembakau dan lain-lain.

Kertas daluang banyak digunakan dalam pembuatan karton beralur. Ada dua jenis kertas daluang, yaitu : *liner board* disebut juga kertas *kraft* yang berasal dari kayu cemara (kayu lunak), *corrugated medium* yang berasal dari kayu keras dengan proses sulfat.

Chipboard dibuat dari kertas koran bekas dan sisa-sisa kertas. Jika kertas ini dijadikan kertas kelas ringan, maka disebut bogus yaitu jenis kertas yang digunakan sebagai pelindung atau bantalan pada barang pecah belah. Kertas *chipboard* dapat juga digunakan sebagai pembungkus dengan daya rentang yang rendah. Jika akan dijadikan karton lipat, maka harus diberi bahan-bahan tambahan tertentu.

Kertas tyvek adalah kertas yang terikat dengan HDPE (*high density polyethylene*). Dibuat pertama kali oleh *Du Pont* dengan nama dagang *Tyvek*. Kertas *tyvek* mempunyai permukaan yang licin dengan derajat keputihan yang baik dan kuat dan sering digunakan untuk kertas foto. Kertas ini bersifat yaitu tidak menyusut atau mengembang bila terjadi perubahan kelembaban, tahan terhadap kotoran bahan kimia, bebas dari kontaminasi, mempunyai kemampuan untuk menghambat bakteri ke dalam kemasan (Julianti, 2007).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai Februari 2017 di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Fisika Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar (BBIHP).

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *tensile strength* neraca analitik, *autoclave*, oven, desikator, *magnetik stirrer*, *hotplate*, buret asam, erlenmeyer, gelas kimia, labu ukur, pipet volume, pipet skala, statif, klem, cawan porselin, kaca arloji, corong kaca, corong plastik, plat kaca, gunting, spatula, bulp dan batang pengaduk.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aluminium foil, aquades (H_2O), amilum, asam sulfat (H_2SO_4) 4,0 N dan 72%, Natrium Hidroksida (NaOH) 10%, Natrium tiosulfat (Na_2SO_3) 0,05 M dan 0,2 N, Kalium Permanganat ($KMnO_4$) 0,1N, Kalium Iodida (KI) 0,1 N, kulit singkong, kulit jagung dan tongkol jagung.

C. *Prosedur Kerja*

1. Preparasi sampel

a. Pembuatan serbuk tongkol jagung

Tongkol jagung yang kering dipotong kecil-kecil, dihaluskan dengan blender dan diayak hingga didapatkan serbuk tongkol jagung. Kemudian diuji kadar air dan kadar abunya.

b. Pembuatan serbuk kulit jagung

Kulit jagung dibersihkan, dipotong kecil-kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering dihaluskan dengan blender, diayak hingga diperoleh serbuk. Kemudian dilakukan uji kadar air dan kadar abunya.

c. Pembuatan serbuk kulit singkong

Kulit singkong dibersihkan, dikeluarkann kulit arinya, dipotong kecil-kecil, dan dimasukkan ke dalam toples. Ditambahkan natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 0,05 M dan direndam selama 24 jam dalam ruang tertutup. Kemudian dikeringkan kulit singkong di bawah sinar matahari, dihaluskan dengan blender diayak dan diuji kadar air dan kadar abunya.

2. Pembuatan Pulp dari Campuran Tongkol Jagung dan Kulit jagung (proses delignifikasi)

Serbuk tongkol jagung dan serbuk kulit jagung ditimbang sebanyak 60 gram dengan perbandingan serbuk tongkol jagung dan serbuk kulit jagung (1:2), kemudian dicampurkan serbuk tersebut ke dalam wadah dan diaduk hingga tercampur rata. Ditimbang campuran serbuk tersebut ke dalam 6 buah wadah ketel besi yang telah disiapkan masing-masing 10 gram. Ditambahkan larutan pemasak natrium hidroksida (NaOH) 10% 100 mL ke dalam masing-masing wadah yang berisi serbuk campuran tongkol jagung dan kulit jagung. Dipanaskan campuran sampel tersebut dengan

autoclave pada suhu 120°C selama 60 menit, setelah proses pemasakan selesai didinginkan selama 30 menit, lalu dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan dengan oven.

3. Analisis sampel kertas komposit

a. Analisis kadar air

Cawan porselin dipanaskan di dalam oven selama 30 menit pada suhu 105°C, didinginkan dengan desikator dan ditimbang bobot kosongnya. Kemudian ditimbang 1 gram pulp ke dalam cawan porselin yang telah diketahui bobot kosongnya, dipanaskan dengan oven pada suhu 105°C selama 2 jam, didinginkan di dalam desikator dan ditimbang bobotnya hingga konstan, pengerjaan dilakukan secara duplo.

b. Analisis Kadar Abu

Cawan porselin dipanaskan dalam oven selama 30 menit pada suhu 105°C, didinginkan dengan desikator dan ditimbang bobot kosongnya. Ditimbang 1 gram pulp ke dalam cawan porselin yang telah diketahui bobot kosongnya, kemudian dipanaskan di dalam tanur pada suhu 500°C selama 3 jam, didinginkan dengan desikator dan ditimbang bobotnya hingga konstan, pengerjaan dilakukan secara duplo.

c. Analisis Bilangan Kappa

Pulp campuran ditimbang sebanyak 3 gram, dimasukkan ke dalam gelas kimia 500 mL, ditambahkan dengan aquades 500 mL, kemudian diaduk hingga serat pulp hancur dan homogen. Setelah itu, dipindahkan pulp ke dalam gelas kimia dan gelas kimia tersebut dibilas dengan aquades. Diaduk dengan *magnetic stirrer* pada suhu 25°C selama reaksi berlangsung. Dipipet 50 mL larutan kalium permanganat (KMnO₄) 0,1 N dan dipipet 50 mL larutan asam sulfat (H₂SO₄) 4,0 N, kemudian

larutan tersebut dicampurkan dan dihomogenkan. Setelah itu, larutan campuran tersebut dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi pulp campuran pada *magnetic stirrer*, gelas kimia tempat larutan campuran dibilas dengan aquades dan dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi pulp, lalu dibiarkan reaksi berlangsung selama 10 menit. Setelah reaksi berlangsung dipipet 5 mL ke dalam erlenmeyer 100 mL dan ditambahkan larutan kalium iodida (KI) 1,0 N sebanyak 20 mL, kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 0,2 N hingga terbentuk warna kuning yang menandakan terbentuk iod bebas. Ditambahkan beberapa tetes amilum hingga terbentuk warna biru, dilanjutkan titrasi sampai warna biru hilang dan dicatat pemakaian natrium tiosulfat dan dilakukan titrasi dengan tanpa campuran pulp, kemudian dicatat pemakaian natrium tiosulfat dalam titrasi (SNI 0494: 2008).

d. Analisis Kadar Lignin

Pulp campuran ditimbang sebanyak 2 gram ke dalam gelas kimia 250 mL, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi es batu, lalu ditambahkan asam sulfat (H_2SO_4) 72% sebanyak 40 mL secara perlahan-lahan ke dalam gelas kimia berisi pulp sambil diaduk. Setelah itu, ditutup dengan kaca arloji dan didiamkan selama 2 jam (dilakukan pengadukan sekali-kali selama proses berlangsung), kemudian ditambahkan aquades 400 mL ke dalam gelas kimia 1000 mL, sehingga konsentrasi asam sulfat (H_2SO_4) menjadi 3%. Larutan dipanaskan ke dalam gelas kimia 1000 mL sampai mendidih dan dibiarkan di atas penanganas air dengan api kecil selama 4 jam. Volume larutan dijaga selalu tetap, kemudian didinginkan dan didiamkan sampai endapan lignin mengendap sempurna. Larutan didekantasi dan dipindahkan endapan ke dalam corong gelas yang dilapisi kertas saring yang sudah diketahui bobotnya. Endapan lignin dibilas dengan air panas dan diuji dengan kertas lakmus hingga bebas asam, kemudian kertas saring yang berisi endapan dikeringkan

dengan oven pada suhu 105°C, lalu didinginkan dengan desikator dan ditimbang bobotnya (SNI 0492: 2008).

4. Penentuan massa optimum pulp terhadap kualitas kertas komposit

Ditimbang pulp campuran dengan variasi massa 15, 30, 45 dan 60 gram. Kemudian ditimbang kulit singkong sebanyak 35 gram untuk setiap variasi massa pulp campuran, dilarutkan binder kulit singkong dengan air hangat, lalu dimasukkan pulp campuran ke dalam gelas kimia yang berisi binder kulit singkong. Pulp campuran dan binder kulit singkong tersebut diencerkan hingga volumenya 1 liter, kemudian dihomogenkan dengan blender hingga tercampur rata, disaring dengan kain blacu, pulp tersebut dicetak dengan plat kaca dan dikeringkan. Diuji kekuatan tarik dan kekuatan sobeknya (Yosephine., dkk: 2012).

5. Penentuan kuat tarik dan kuat sobek kertas komposit dari massa optimum pulp campuran tongkol jagung dan kulit jagung tanpa penambahan binder kulit singkong

Pulp campuran optimum ditimbang sebanyak 15 gram ke dalam gelas kimia 250 mL, kemudian dilarutkan pulp dengan air panas sebanyak 100 mL dihomogenkan dengan blender, kemudian diencerkan hingga volumenya 1000 mL. Setelah itu, bubur pulp disaring dan dicetak dengan plat kaca, kemudian dikeringkan dan diuji kekuatan tarik dan kekuatan sobeknya.

6. Analisis Kekuatan Tarik

Kertas dipotong pada variasi 15 gram/ 35 gram dengan ukuran 3x8 cm, kedua ujung kertas tersebut dijepitkan pada alat dengan tegak lurus, kemudian dihidupkan motor penggerak, lalu mengatur kecepatan tarik sehingga kertas tertarik ke bawah dan jarum skala akan bergerak pada saat tertarik dan berhenti saat kertas terputus.

Setelah itu, dicatat skala yang akan ditunjukkan jarum. Dilakukan pengerjaan yang sama untuk variasi massa pulp (30, 45, 60 gram)/ 35 gram (SNI 07-0408-1980).

7. Analisis Kekuatan Sobek (*Elmendorf*)

Disiapkan alat pada kedudukan awal dan jarum penunjuk pada angka nol. Lembaran kertas untuk 15 gram/ 35 gram dipasang dengan ukuran 6x16 cm pada alat penjepit dan dilakukan penyobekan awal. Alat penahan bandul diputar sehingga bandul mengayun-ayun bebas dan menyobek kertas. Bandul ditahan tanpa mengganggu jarum penunjuk skala. Dilakukan pengerjaan yang sama untuk variasi massa pulp (30, 45, 60 gram)/ 35 gram (SNI 07-0408-1980).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Hasil Analisis Uji Pendahuluan

a. Serbuk tongkol jagung dan kulit jagung

Pembuatan serbuk tongkol dan kulit jagung pada penelitian ini dilakukan dengan memotong kecil-kecil, dikeringkan dan dihaluskan dengan blender sehingga diperoleh serbuk tongkol dan kulit jagung untuk bahan baku pulp.

b. Binder kulit singkong

Pada penelitian ini menggunakan binder yaitu kulit singkong. Kulit singkong yang telah dibersihkan, direndam dengan natrium tiosulfat selama 24 jam, dikeringkan dan dihaluskan, sehingga diperoleh serbuk berwarna putih kecoklatan.

c. Hasil uji kadar air dan kadar abu

Penentuan kadar air menggunakan metode oven biasa diperoleh data pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Analisis Kadar Air dan Kadar Abu

No	Sampel	Kadar air (%)	Kadar abu (%)
1.	Tongkol jagung	11,97	2,05
2.	Kulit jagung	11,77	0,45
3.	Kulit singkong	8,67	3,55

2. Pulp dari Campuran Tongkol Jagung dan Kulit Jagung (1:2) dengan proses delignifikasi

Pada penelitian ini menggunakan tongkol dan kulit jagung sebagai bahan baku pulp campuran untuk pembuatan kertas komposit. Sampel tongkol jagung dan kulit jagung ditimbang dengan perbandingan (tongkol jagung 20 gram : kulit jagung 40 gram). Proses pembuatan pulp ini dilakukan dengan memasak serbuk dengan *autoclave* selama 60 menit pada suhu 120°C, sehingga diperoleh bubur pulp campuran berwarna coklat pekat, kemudian disaring dan dibilas dengan air mengalir, maka diperoleh pulp berwarna putih kekuningan. Pulp yang diperoleh dikeringkan, dalam setiap pemasakan diperoleh bubuk pulp sekitar 25 gram dari serbuk campuran tongkol jagung dan kulit jagung (1:2) sebanyak 60 gram. Selanjutnya bubuk pulp diuji kadar air, kadar abu, kadar lignin dan bilangan kappanya. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis kadar air, kadar abu, kadar lignin dan bilangan kappa pulp campuran

Tabel 4.2. Hasil Analisis Pulp Kertas Komposit

No	Parameter	Hasil analisis (%)
1.	Kadar air total	15,49
2.	Kadar abu total	5,01
3.	Kadar lignin	1,22
4.	Bilangan kappa	0,95

3. Hasil Penentuan massa optimum terhadap kuat tarik dan kuat sobek kertas komposit

Pada penentuan kondisi optimum massa pulp campuran kertas komposit dengan uji kuat tarik dan kuat sobek terlihat pada tabel 4.3 diperoleh hasil pada sebagai berikut:

Tabel 4.3. Hasil Analisis Uji Kuat Tarik dan Kuat Sobek dengan Penambahan dan Tanpa Penambahan Binder

No	Massa pulp (gr)	Binder kulit singkong (gr)	Kuat tarik (N/Cm ²)	Kuat sobek (N)
1.	15	35	183,087	4,469
2.	30	35	89,049	3,152
3.	45	35	39,192	2,807
4.	60	35	42,970	2,918
5.	15	0	0,0141	0,0013

B. Pembahasan

1. Serbuk Tongkol Jagung dan Kulit Jagung

Pada penelitian yang kami lakukan sampel yang digunakan yaitu tongkol jagung dan kulit jagung yang merupakan limbah pertanian dari tanaman jagung. Menurut Prasetyawati (2015: 6), bahwa kulit dan tongkol jagung memiliki kandungan serat selulosa yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pulp untuk pembuatan kertas komposit. Pada pembuatan serbuk, tongkol jagung dan kulit jagung dipotong-potong kecil untuk mempermudah proses penghalusan saat diblender dan dilakukan pengayakan untuk memperoleh serbuk yang lebih halus. Serbuk yang halus ini akan mempermudah proses delignifikasi pada saat pemasakan pulp.

2. Binder kulit singkong

Binder merupakan perekat yang berfungsi sebagai pembawa pigmen, pengikat partikel pigmen menjadi satu dan mengikat partikel dengan kertas. Jenis binder yang biasanya digunakan sebagai bahan perekat yaitu PVAc, lem kanji atau resin yang digunakan untuk mengikat partikel secara bersama-sama. Selain itu, limbah yang memiliki kandungan pati dengan amilopektin dan amilosa tinggi dapat digunakan sebagai binder. Menurut Yosphine., dkk (2012), menggunakan perekat (binder) dari bahan alam yaitu kulit pisang, dimana kulit pisang ini mengandung pati (amilopektin dan amilosa) yang mampu mengikat bahan penyusun kertas.

Pada penelitian ini menggunakan binder yang berasal dari limbah pertanian yaitu kulit singkong, karena kulit singkong ini juga memiliki kandungan pati yang tinggi. Menurut Fauzi., dkk (2013), kandungan pati kulit ubi kayu yang cukup tinggi, dapat digunakan sebagai pembuatan film plastik biodegradasi. Maka dalam hal ini, kulit singkong pun dapat dijadikan sebagai binder untuk campuran pulp karena memiliki kandungan pati cukup tinggi. Kulit singkong yang telah dikeluarkan kulit arinya dan dibersihkan, dilakukan perendaman dengan natrium tiosulfat 0,05 M. Digunakan natrium tiosulfat karena merupakan antioksidan yang paling baik, dimana natrium tiosulfat ini berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah penghitaman pada kulit singkong pada saat perendaman. Hasil rendaman diperoleh kulit singkong berwarna putih kekuningan.

3. Pulp campuran dari tongkol jagung dan kulit jagung (1:2) dengan proses delignifikasi

Pembuatan pulp dalam penelitian ini menggunakan proses soda, dimana proses soda ini merupakan proses pulping menggunakan bahan yang lebih mudah didegradasi. Proses ini menggunakan larutan pemasak NaOH yang menghasilkan

pulp berwarna coklat dan dapat diputihkan serta bahan baku yang digunakan dapat bermacam-macam.

Pada proses pembuatan pulp campuran ini, serbuk dari tongkol jagung dan kulit jagung dipanaskan di dalam autoklaf dengan larutan pemasak natrium hidroksida (NaOH) 10%. Konsentrasi larutan pemasak yang digunakan pada proses *pulping* ini yaitu NaOH 10%, karena pada penelitian (Prasetyawati, 2015), menggunakan NaOH 10% dengan sampel yang sama dan pada peneliti (Surest, 2010) diperoleh selulosa tertinggi pada konsentrasi NaOH 10%. Salah satu syarat dalam pembuatan pulp adalah bahan yang digunakan harus mengandung selulosa (α -selulosa) lebih dari 40%. Dimana α -selulosa ini tidak dapat larut dalam air dan sukar larut dalam alkali.

Selama berlangsungnya proses pemasakan terjadi penghilangan lignin (proses delignifikasi). Menurut Prabawati dan Wijaya (2008), semakin rendah kandungan lignin suatu bahan maka, semakin baik untuk pembuatan pulp. Pada proses pemasakan polimer lignin akan terdegradasi dan kemudian larut dalam air. Lignin mudah larut dalam alkali atau asam dan lebih mudah larut dalam air pada proses soda. Larutnya lignin disebabkan oleh terjadinya transfer ion hidrogen dari gugus hidroksil pada lignin ke ion hidroksil pada NaOH. Larutan NaOH ini berfungsi untuk melarutkan dan memutuskan ikatan-ikatan struktur pembentuk lignin sehingga serat pada bahan mudah hancur.

Pada proses pemasakan menggunakan suhu 120°C, karena pada suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan selulosa terdegradasi lebih banyak karena pada suhu ini lignin telah habis terlarut sehingga delignifikator yang tersisa akan mendegradasi selulosa. Sedangkan pada suhu rendah lignin belum terurai dan masih melindungi selulosa sehingga selulosa masih sulit untuk diakses. Menurut Bahri

(2015), waktu yang diperlukan untuk delignifikasi optimum adalah dalam rentang 60–120 menit, persen perolehan pulp dan selulosa tidak bertambah setelah 120 menit pemasakan. Sedangkang menurut Singh dan Bishnoi (2012), melakukan pemanasan pada autoklaf dengan suhu 121°C selama 30 menit yang merupakan waktu optimum, tetapi menggunakan pelarut dan bahan baku yang berbeda. Setelah proses pemasakan bubur pulp disaring dan dibilas untuk menghilangkan lindih hitam pada pulp.

4. Hasil uji kadar air

Kadar air merupakan penentuan banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan, kadar air sangat berpengaruh pada kualitas suatu bahan. Uji kadar air sebelum dan setelah perlakuan pada penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam suatu sampel dan pulp yang dihasilkan. Karena apabila pulp yang dihasilkan mengandung kadar air yang tinggi maka, pulp yang dihasilkan cepat rusak, disebabkan karena kadar air dalam pulp dapat mempercepat tumbuhnya mikroba yang akan mengurai senyawa yang terkandung di dalam pulp. Penentuan kadar air dilakukan dengan mengoven sampel pada suhu 105°C, umumnya suhu ini digunakan pada penentuan kadar air dengan waktu pemanasan selama 2 jam. Pada penentuan kadar air ini penimbangan dilakukan hingga mencapai bobot konstan.

Hasil analisis yang diperoleh dari penentuan kadar air ini yaitu pada tongkol jagung 11,97%, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air dalam komposisi tongkol jagung yaitu 9,6%. Hal ini disebabkan pada saat proses pengovenan, kulit jagung diperoleh 11,77% dan pada kulit singkong 8,67%. Sehingga diperoleh kadar air pada pulp sebesar 15,49%, nilai ini melebihi kadar yang ditentukan pada syarat bahan baku pulp menurut (Balai Besar Pulp: 1989) yaitu <10%.

5. Hasil uji kadar abu

Kadar abu merupakan sisa pembakaran pulp kayu atau non kayu pada suhu 500-550°C selama 3 jam atau lebih. Kadar abu pulp berasal dari kandungan anorganik yang terkandung dalam sampel tongkol jagung dan kulit jagung dari air dan peralatan yang digunakan selama proses pembuatan pulp. Kandungan kadar abu yang tinggi dalam pulp dapat menurunkan kualitas kertas.

Pada penelitian ini analisis kadar abu menggunakan metode pengabuan dengan tanur, penmasan terlebih dahulu dengan oven berfungsi untuk mengurangi kadar air agar pada saat ditanur tidak berasap. Dilakukan pembakaran pada tanur pada suhu 500°C selama 3 jam. Suhu ini digunakan pada umumnya untuk analisis kadar abu.

Hasil yang diperoleh pada analisis kadar abu total pulp yaitu 5,01%, kadar ini melebihi nilai untuk standar kadar abu <3% (Balai Besar Pulp: 1989). Penurunan kadar abu ini disebabkan karena konsentrasi larutan pemasak yang digunakan semakin tinggi yaitu 10%, semakin tinggi konsentrasi larutan pemasak yang digunakan maka semakin rendah kadar abu yang terkandung pada pulp. Menurut penelitian Budiman., dkk (2012: 34) penurunan kadar abu lebih terlihat pada lamanya waktu perendaman dari masing-masing konsentrasi NaOH. Dimana kadar abu dengan perendaman 24 jam dengan konsentrasi NaOH 14% hasil lebih rendah di banding dengan NaOH 7%. Hal ini disebabkan semakin banyaknya NaOH semakin rendah kadar abunya akibatnya kandungan anorganik dari pulp tongkol jagung dapat dikeluarkan.

6. Hasil analisis bilangan kappa

Analisis bilangan kappa ini digunakan untuk menentukan tingkat kematangan, daya terputihkan atau derajat delignifikasi pulp kimia dan semi kimia baik pulp

belum putih maupun setengah putih, dengan rendemen di bawah 70% (SNI 0494: 2008). Bilangan kappa didefinisikan sebagai jumlah konsumsi permanganat dalam sampel pulp yang mengandung lignin yang belum bereaksi. Setelah beberapa waktu, permanganat bereaksi dengan pulp yang ditentukan dengan metode titrasi.

Analisis bilangan kappa pada penelitian ini, pulp yang ditimbang ditambahkan aquades untuk mengencerkan pulp dan diaduk dengan magnetik stirer agar tercampur rata, kemudian penambahan larutan KMnO_4 0,1 N, dimana larutan ini merupakan larutan oksidator kuat, yang akan mengoksidasi lignin yang terkandung dalam pulp. Penambahan larutan H_2SO_4 4,0 N pada penelitian ini untuk memberikan suasana asam dalam larutan, untuk mengoptimalkan proses oksidasi reduksi dan menggunakan larutan KI 0,1 N sebagai reduktor dengan larutan penitar $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ untuk larutan standar.

Hasil analisis data diperoleh nilai bilangan kappa sebanyak 1,22%. Nilai ini rendah karena pulp yang digunakan sudah putih tanpa diputihkan, karena pada dasarnya bahan yang digunakan berwarna putih kekuningan sehingga pada saat pencucian dengan aquades lindi hitam akan keluar dan pulp yang dihasilkan berwarna kuning keputihan. Menurut Rizka Permatasari, menurunnya kadar lignin akan meningkatkan konsumsi permanganat, jadi semakin banyak natrium thiosulfat yang digunakan untuk menghilangkan permanganat pada saat titrasi (pada analisa KAPPA) maka semakin rendah kadar lignin yang terkandung di dalam sampel.

7. Hasil analisis kadar lignin


Lignin merupakan komponen kimia kayu yang sangat tidak diharapkan kehadirannya dalam produk pulp karena dapat menurunkan ketahanan fisik pulp dan menyebabkan warna pulp gelap sehingga meningkatkan konsumsi bahan kimia dalam proses pemutihan.

Pada penelitian ini hasil analisis uji kadar lignin untuk pulp pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 1,38%. Nilai tersebut memenuhi syarat komposisi pulp yaitu kadar lignin harus kurang dari 25%. Kandungan lignin dalam pulp dapat mempengaruhi proses pulping atau pemutihan. Menurut Dermawan (2016), lignin menyebabkan pulp berwarna gelap, sehingga pada proses pembuatan pulp kadar lignin harus rendah. Apabila kadar lignin tinggi dalam pulp, maka pulp sulit diputihkan, memerlukan zat pemutih yang lebih banyak menghasilkan kualitas tarik kertas yang sangat rendah. Pada penelitian ini bahan baku pulp tidak diputihkan karena sampel pada dasarnya berwarna putih kekuningan dan memiliki kadar lignin yang rendah yaitu tongkol jagung 6% dan kulit jagung 15%. Menurut Surest (2010), kadar lignin untuk bahan baku kayu 20-35% sedangkan untuk bahan non kayu kadarnya lebih kecil lagi.

8. Hasil uji kuat tarik dan kuat sobek kertas komposit dengan penambahan binder kulit singkong

Pengujian terhadap kekuatan tarik ini bertujuan mengetahui daya tahan kertas dalam menerima tegangan tarik secara langsung. Kekuatan tarik merupakan daya tahan lembaran pulp terhadap gaya tarik yang bekerja pada kedua ujungnya, sedangkan ketahanan sobek adalah gaya dalam gram (gf) yang diperlukan untuk menyobekkan kertas atau karton, diukur pada kondisi standar SNI 07-0408-1980. Pengukuran dilakukan di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar menggunakan alat Tearing Strength Test.


Pada penelitian ini kekuatan tarik tertinggi diperoleh pada variasi massa pulp 15 gram dan penambahan binder 35 gram yaitu 183,087 N/cm² dan kuat sobek yaitu 4,469 N, bahwa kertas putus pada saat beban tarik 36,892 N dengan luas bidang tarik sebesar 0,202 cm².

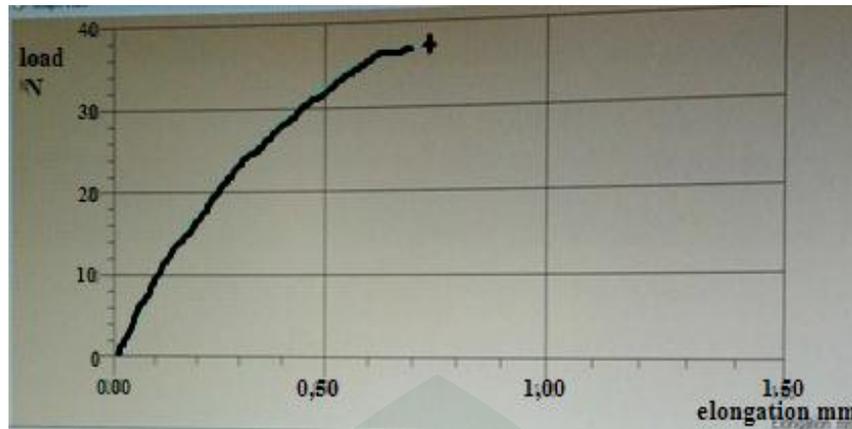

Gambar 4.1. Grafik uji kuat tarik dengan massa pulp 15 gram dan binder 35 gram


Pada Gambar 4.1 menunjukkan tingginya kuat tarik dipengaruhi oleh perbandingan massa pulp dengan penambahan binder, dimana massa pulp yang digunakan hanya 15 gram sedangkan binder yang ditambahkan sebanyak 35 gram. Hal ini disebabkan karena pada saat binder terlalu besar kandungan pati yang terlarut terlalu tinggi, sehingga kertas menjadi lebih keras, getas dan hasil kertasnya banyak retakan setelah dicetak dan kering. Menurut Yosephine., dkk (2015), semakin banyak binder yang ditambahkan maka semakin tinggi kuat tarik. Pada penelitian Nur Jannah (2015), kekuatan tarik paling tinggi pada perlakuan B₃K₀ yaitu perbandingan bahan baku bulu ayam 30% dan kulit singkong 70% tanpa zat warna, jika semakin besar komposisi bahan kulit singkong yang digunakan maka semakin kuat daya tarik kertas tersebut.

Menurut Ayunda., dkk (2013) ketahanan tarik berbanding lurus terhadap kepadatan, artinya semakin tinggi kepadatannya maka akan diikuti kekuatan tarik yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi kekuatan tarik adalah ukuran serat. Sifat serat dan nilai turunannya menentukan sifat kekuatan lembaran pulp dan kertas. Serat panjang dengan dinding sel tipis dan diameter lumen yang besar cenderung memberikan sifat kekuatan pulp dan kertas yang baik.

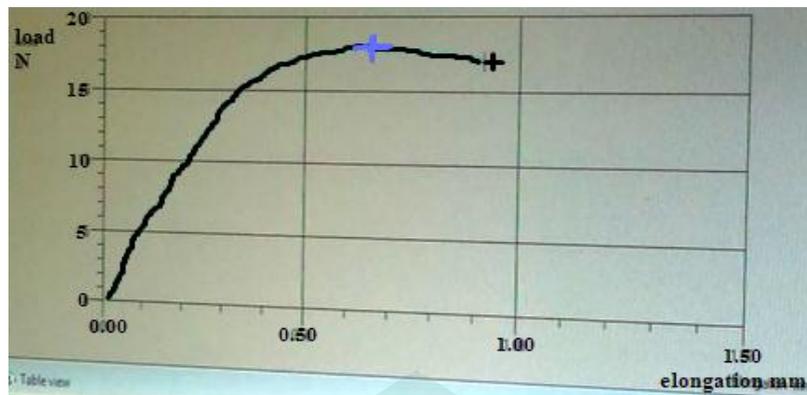


Gambar 4.2. Grafik uji kuat tarik dengan massa pulp 30 gram dan binder 35 gram

Uji tarik pada massa pulp 30 gram dengan penambahan binder 35 gram terlihat pada Gambar 4.2, kertas terputus pada beban 17,942 N dengan luas bidang tarik sebesar 0,202 cm² sehingga diperoleh kuat tarik sebesar 89,043 N/cm² dan kuat sobeknya 3,152 N. Kekuatan tarik dan kekuatan sobeknya mulai menurun karena perbandingan massa pulp yang digunakan mulai sebanding dengan binder yaitu 30 gram dan 35 gram, sehingga serat-seratnya menyatu dengan binder dan menghasilkan kertas yang tidak terlalu getas, tidak keras dan kertas yang dihasilkan setelah dicetak dan kering sudah tidak banyak retakan. Menurut Nur Jannah (2015), jika serat rusak, maka pulp tidak merekat atau terjalin secara sempurna. Rusaknya serat akan mempengaruhi ikatan antar serat yang terjadi karena jika ikatan antar serat kurang maka kekuatan sobek kertas juga lemah.

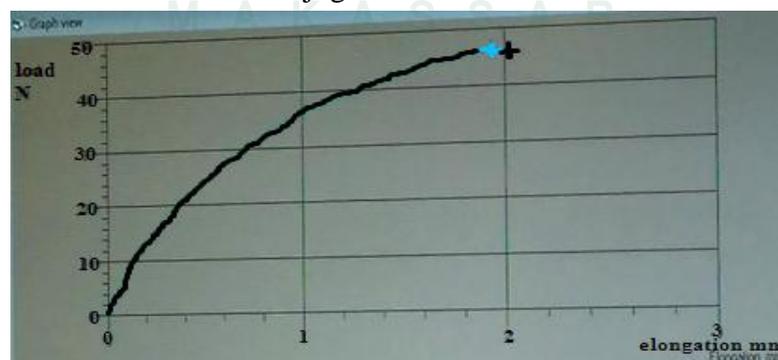

Gambar 4.3. Grafik uji tarik dengan massa pulp 45 gram dan binder 35 gram


Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa kertas putus pada beban tarik 26,337 N dengan luas bidang tarik $0,672 \text{ cm}^2$ sehingga diperoleh kuat tarik sebesar $39,192 \text{ N/cm}^2$ dan kuat sobeknya 2,807 N. Kertas yang dihasilkan pada variasi ini memiliki kuat tarik yang paling rendah tetapi bentuk kertas yang dihasilkan tidak getas, tidak keras dan pada saat kertas telah dikeringkan kertasnya tidak retak. Hal ini disebabkan karena lebih banyak serat dan selulosa yang menyatu dengan pati, karena pati yang terlarut tidak terlalu sedikit. Menurut Yosephine., dkk (2015), pada konsentrasi binder terlalu rendah, binder pati yang terlarut lebih sedikit akibatnya pati tidak dapat mengikat selulosa dengan baik dan kertas menjadi rapuh.

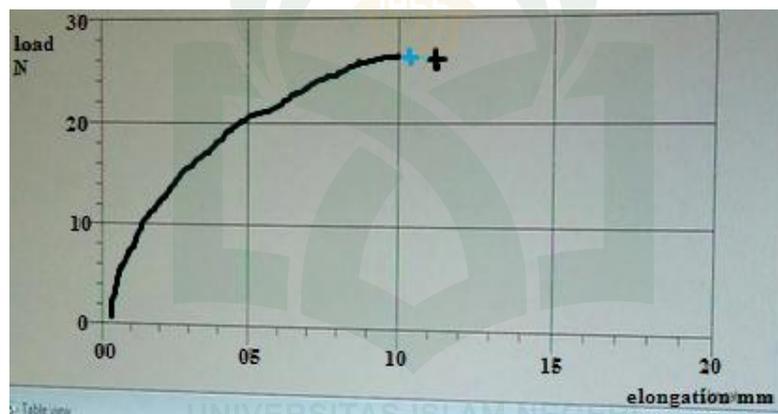

Gambar 4.4. *Grafik uji tarik dengan massa pulp 60 gram dan binder 35 gram*

Pada Gambar 4.4 dapat menunjukkan kekuatan tarik dengan massa pulp 60 gram dan binder 35 gram, proses pemutusan kertas akan berhenti pada beban 46,021 N dengan luas bidang tarik sebesar $1,071 \text{ cm}^2$, sehingga didapatkan kuat tarik sebesar $42,970 \text{ N/cm}^2$ dan kuat sobeknya sebesar 2,918 N. Kertas yang dihasilkan tidak getas dan rapuh, hal ini disebabkan karena perekat yang digunakan lebih sedikit sehingga pati yang terlarut juga lebih sedikit sedangkan massa pulp yang digunakan terlalu besar. Besarnya massa pulp ini berarti selulosa yang terkandung juga semakin besar, sehingga kertasnya tidak terlalu retak karena menurut Hasrini dan Susilowati (2013),

selulosa memiliki kemampuan mengikat yang lebih kuat dan memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Perbedaan kekuatan tarik juga dapat disebabkan tidak ratanya ketebalan kertas pada saat pencetakan, karena pencetakan dilakukan secara manual.

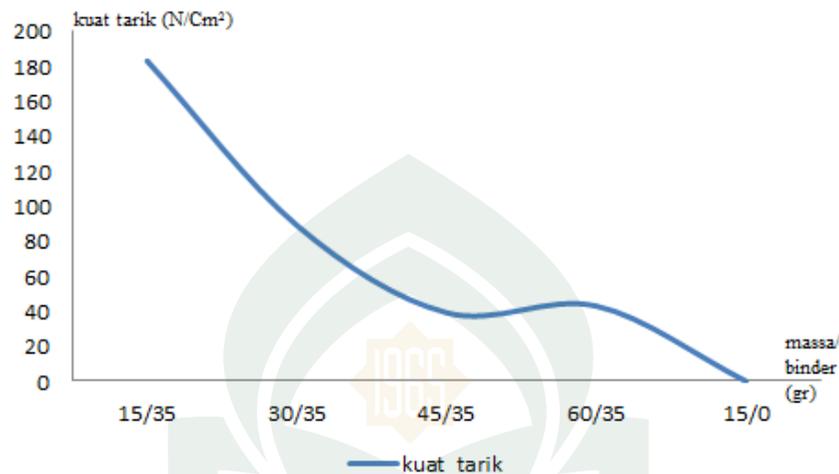


Gambar 4.5. Grafik uji kekuatan tarik kertas komposit

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa kuat tarik tertinggi berada pada massa pulp 15 gram dan binder 35 gram, hal ini disebabkan karena pati dari binder banyak yang larut sedangkan serat pada pulp sedikit, sehingga menyebabkan kertas menjadi getas dan keras. Pada penelitian Yosephine., dkk (2012), menunjukkan bahwa ketahanan sobek dan kuat tarik kertas paling besar pada saat konsentrasi binder 35 gram. Hal ini disebabkan karena pada saat konsentrasi binder terlalu besar (>35 g), kandungan pati yang terlarut terlalu tinggi, sehingga kertas menjadi lebih keras dan juga getas. Tingginya kuat tarik dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya ikatan antar serat, serat yang rusak dan penambahan binder dan proses penggilingan.

Menurut Nur Jannah (2015), rusaknya serat menyebabkan kertas tidak terjalin sempurna dan mempengaruhi ikatan antar serat, jika serat kurang maka kekuatan tarik kertas juga lemah. Perekat yang digunakan pada penelitian ini berfungsi untuk merekatkan ikatan antar serat, sehingga kertas tidak mudah putus pada saat ditarik.

Selain itu, penggilingan juga mempengaruhi kekuatan tarik kertas, karena penggilingan berfungsi untuk menghomogenkan perekat dan mempengaruhi kualitas ikatan antar serat. Menurut Nur Jannah (2015), jika pulp semakin tergilang secara homogen, maka ikatan antar serat semakin tinggi, sehingga ketahanan tarik kertas semakin tinggi pula.

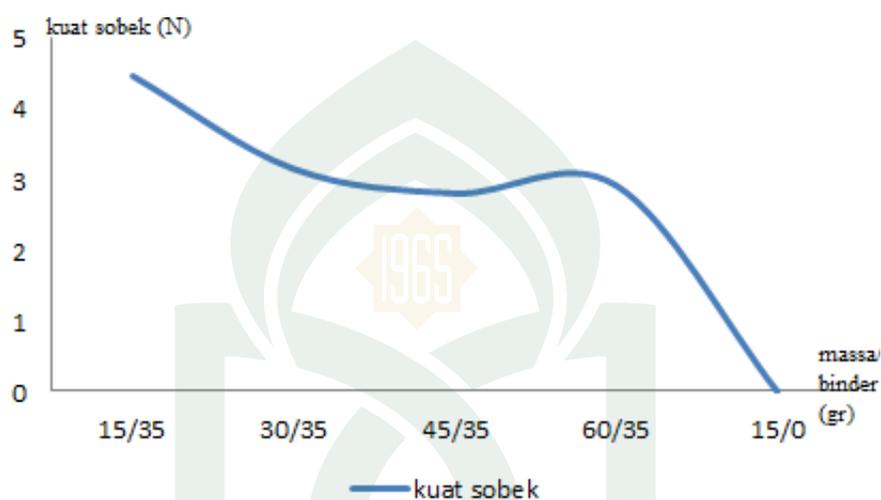


Gambar 4.6. Ketahanan sobek

Pada Gambar 4.6 dilihat bahwa kuat sobek yang tertinggi juga terdapat pada variasi massa pulp 15 gram dan binder 35 gram, hal ini disebabkan karena adanya perekat yang tinggi akan menyebabkan kertas menjadi kuat dan tidak mudah disobek, karena pati pada binder lebih besar, dimana pati memiliki sifat mempengaruhi efektivitas sebagai agen pengikat antar serat, sedangkan selulosa dan serat pada pulp lebih sedikit sehingga menyebabkan kertas menjadi getas dan keras. Kuat sobek terendah diperoleh pada massa pulp 45 gram dan binder 35 gram, menurunnya kekuatan sobek ini disebabkan karena pati pada binder yang terlarut sedikit. Pada penelitian Yosephine., dkk (2012), konsentrasi binder terlalu rendah (< 35 g), binder pati yang terlarut lebih sedikit, akibatnya pati tidak dapat mengikat selulosa dengan baik dan kertas menjadi lebih rapuh. Menurut Ayunda., dkk, faktor-

faktor yang mempengaruhi kekuatan sobek adalah ikatan antara serat dan tingkat atau lamanya penggilingan panjang, semakin panjang seratnya maka semakin rendah kekuatan sobeknya, karena serat yang panjang memiliki fleksibilitas yang rendah.

9. Hasil Uji Kuat Tarik Kertas Komposit Tanpa Penambahan Binder Kulit Singkong

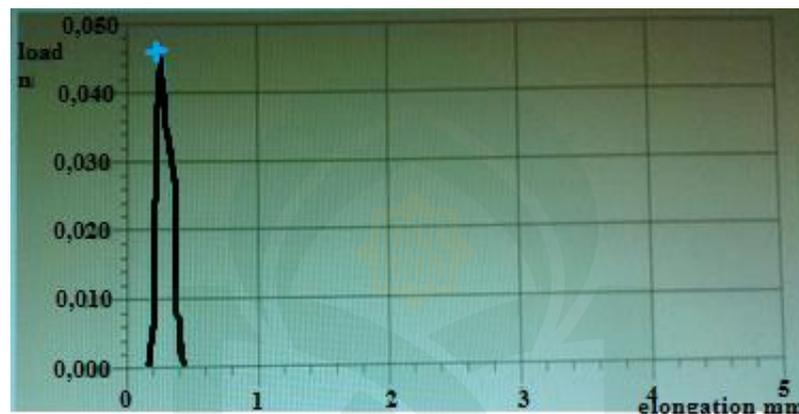

Gambar 4.7. Grafik uji tarik kertas tanpa penambahan binder

Pada Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa kuat tarik dan kuat sobek pada pulp optimum tanpa penambahan binder, menunjukkan kuat tarik kertas sangat rendah yaitu $0,0141 \text{ N/cm}^3$ dan kuat sobeknya juga sangat rendah yaitu $0,0013 \text{ N}$, kertas yang dihasilkan pada pulp tanpa penambahan binder ini, kertasnya tidak berbentuk lembaran. Hal ini disebabkan karena pulp tidak ditambahkan binder, dimana binder ini memiliki kandungan pati yang bersifat dapat mengikat, sehingga dapat digunakan sebagai perekat (binder). Menurut Trisnawati (2014), perekat berfungsi untuk merekatkan ikatan antar serat. Adanya perekat ini menyebabkan tiap lembar kertas menjadi kuat dan tidak mudah putus ketika direntangkan dan ditarik pada sisi-sisinya secara berlawanan.

Dari penelitian ini kertas dapat dibuat dari limbah kulit jagung dan tongkol jagung dengan penambahan kulit singkong, dapat diambil kesimpulan bahwa segala

sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S.

Shaad/ 38: 27 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

Ayat di atas menyatakan: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya, seperti udara, dan tentu tidak juga Kami menciptakan kamu semua dengan batil, yakni sia-sia tanpa hikmah. Allah SWT, menciptakan langit dan bumi juga segala ada diantara keduanya dengan tata aturan yang rapi, indah, serta harmonis. Ini menunjukkan bahwa dia tidak bermain-main, yakni tidak menciptakannya secara sia-sia tanpa arah tujuan yang benar (M. Quraish Shihab, 2002: 371-372).

Allah menjelaskan bahwa Dia menjadikan langit, bumi, dan makhluk apa saja yang berada di antaranya, tidak ada yang sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam ke malam, sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang tampak dipermukaan maupun yang tersimpan dalam perutnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Semua itu diciptakan Allah atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya (Qur'an Kemenag, 2016).

Ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa ciptaannya tidak ada yang sia-sia tanpa ada manfaatnya, supaya mereka menyembah-Nya, mengesakan-Nya dan selalu mengingat akan kekuasaan Allah dimanapun dan bagaimanapun keadaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berat optimum pulp dari campuran tongkol jagung dan kulit jagung dengan penambahan binder kulit singkong (*Manihot esculante cranz*) untuk pembuatan kertas komposit yaitu pada 15/35 gram. Kualitas kertas komposit dari pulp campuran tongkol jagung dan kulit jagung dengan penambahan binder kulit singkong (*Manihot esculante cranz*) untuk pembuatan kertas komposit yaitu pada 15/35 gram dengan kuat tarik 183,087 N/cm² dan kekuatan sobek 3,152 N. Kadar air pulp yaitu 15,49%, kadar abu sebesar 5,01 %, kadar lignin sebesar 1,38% dan bilangan kappa sebesar 1,22 %. Jika dilihat dari kekuatan tarik dan kekuatan sobeknya kertas komposit ini digolongkan kertas tisu.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yaitu sebaiknya dalam pembuatan serbuk sampel tongkol jagung dan kulit jagung yang digunakan harus lebih halus untuk mendapatkan kualitas kertas yang lebih baik dan sebaiknya diputihkan setelah penambahan binder.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al Karim.
- Al-'Alim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2010.
- Akbar, Fauzi, dkk., "Pengaruh Waktu Simpan Film Plastik Biodegradasi dari Pati Kulit Singkong terhadap Sifat Mekaniknya", *Jurnal Teknik Kimia USU*. 2, No. 2 (2013): h. 11-15.
- M. Syuhada, dkk., "*Sejarah Ukuran dan Jenis Kertas*", Universitas Brawijaya (2015), h. 21.
- Badan Standardisasi Nasional, "Pulp-Cara Uji Bilangan Kappa", *Standar Nasional Indonesia*, 0494, (2008): h. 1-2.
- Badan Standardisasi Nasional, "Pulp dan Kayu- Cara Uji Kadar Lignin- Metode Klason", *Standar Nasional Indonesia* (0494: 2008): h. 1-4.
- Aswan Dermawan, "Pengaruh Konsentrasi Larutan Etanol dan Lama Waktu Pemasakan Terhadap Dimensi Serat dan Rendemen Organosolv Pulp Bambu Betung (*Dendrocalamus asper* Backer)", *Skripsi*, Universitas Halu Oleo, Kendari (2016): h, 12.
- Dirga Rizky Harya Putera, "Ekstraksi Serat Selulosa dari Tanaman Eceng Gondok (*Eichornia crassipes*) dengan Variasi Pelarut", *Skripsi*, Universitas Indonesia, Depok (2012): h.1-85.
- Fachry., dkk., "Pembuatan Bioetanol dari Limbah Tongkol Jagung dengan Variasi Konsentrasi Asam Klorida dan Waktu Fermentasi", *Jurnal Teknik Kimia* 19, no. 1 (2013): h. 60.
- Fauzi Akbar., dkk., "Pengaruh Waktu Simpan Film Plastik Biodegradasi dari Pati Kulit Singkong terhadap Sifat Mekaniknya", *Jurnal Teknik Kimia* 2, no. 2 (2013): h, 12.
- Fagbemi, *at al.*, eds., "Strength Properties of Paper from Pulp Blend of Kenaf Bark and Corn Husk: A Preliminary Study", *British Journal of Applied Science & Technology* 4, no. 24 (2014): h. 4125.
- Gunawan, Adi, dkk., "Pengaruh Waktu Pemasakan dan Volume Larutan Pemasak Terhadap Viskositas Pulp dari Ampas Tebu", *Jurnal Teknik Kimia* 18, No. 2 (2012): h. 1-8.
- Gustina Tri, "Pemanfaatan Kulit Jagung sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Pulp", *Skripsi*, Politeknik Sriwijaya Palembang (2015): h. 1-48.
- Hasrini Tutuk dan Susilowati, "Pemanfaatan Kulit Buah Kakao dari Limbah Perkebunan Kakao Sebagai Bahan Baku Pulp dengan Proses Organosolv", *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan* 2, no. 2 (2010): h. 83.
- Herawati Heny, "Potensi Pengembangan Produk Pati Tahan Cerna sebagai Pangan Fungsional", *Jurnal Litbang Pertanian* 30, no. 1 (2011): h, 32.


- Hidayat, Cecep, "Peluang Penggunaan Kulit Singkong sebagai Pakan Unggas". *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner* (2009): h.655-665.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: 2016.
- Lubis, Afni Ariani, "Isolasi Lignin Dari Lindi Hitam (*Black Liquor*) Proses Pemasakan Pulp Soda Dan Pulp Sulfat (*Kraft*)", *Skripsi* (Bogor: Fak. Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2007): h. 1-67.
- Moeksin, Rosdiana dan Bima Desta Rata, Novriyadi Jaya Kusuma, "Pengaruh Pemutihan terhadap Warna Pulp dari Ampas Tebu", *Jurnal Teknik Kimia*, 16. No. 3 (2009): h. 31-34.
- Nurjannah, Siti Inna, "Pemanfaatan limbah Bulu Ayam dan Kulit Singkong Sebagai Bahan Pembuatan Kertas Seni dengan Penambahan NaOH dan Pewarna Alami", *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015): h. 1-16.
- Nofriadi Edo, " Keragaman Nilai Lignin Terlarut Asam (*Acid Soluble Lignin*) dalam Kayu Reaksi *Pinus merkusii* Jungh et de Vriese dan *Gnetum gnemon* Linn", *Skripsi* (Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor: 2009): h. 5.
- Prabawati, Susy Yunita, dan Abdul Gani Wijaya, "Pemanfaatan Sekam Padi dan Pelepah Pohon Pisang Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Kertas Berkualitas", *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 9, No. 1, (2008): h. 44-55.
- Prasetyawati, Dwi Putri, "Pemanfaatan Kulit Jagung dan Tongkol Jagung (*Zea mays*) sebagai Bahan Dasar pembuatan Kertas Seni dengan Penambahan Natrium Hidroksida (NaOH) dan Pewarna Alami", *Skripsi*, (2015): h. 1-13.
- Purnawan, dkk, "Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu untuk Pembuatan kertas Dekorasi dengan Metode Organosolv" *Jurnal EKOSAINS*, IV, No.2 (2012): h. 1-5.
- Purnawan dan Cyrilla Indri Parwati, "Pembuatan Pulp dari Serat Aren (*Arenga Pinnata*) dengan Proses Nitrat Soda," *Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta* (2014): h. 325.
- Puspita Cinantya, " Ekstraksi Asam Oksalat dari Tongkol Jagung dengan Pelarut HNO₃," *Skripsi* (2015): h, 7.
- Pasaribu, Gunawan dan Sahwalita " Pengolahan Eceng Gondok Sebagai Bahan Baku Kertas Seni" Prosiding Ekspose Hasil-Hasil Penelitian (2007): h. 111-118.
- Quraish, Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rinaldi, dkk, "Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (*Zea mays* L.) yang Ditumpangsarikan dengan Kedelai (*Glycine max* L.)", *Skripsi*, Universitas Tamansiswa Padang (2009): h. 4.
- Senadi Budiman., dkk, "Uji Pendahuluan Kertas Seni dari Tongkol Jagung dengan Proses Soda Dingin", *Aristoteles* 10, no.1 (2012): h. 26-34.
- Singh, A and Bishnoi, N. R., "Enzymatic hydrolysis optimization of microwave alkali pretreated wheat straw", *Bioresource Technology* 108 (2012): 95--101.
- Syamsu, Khaswar, " Kajian Proses Produksi Pulp dan Kertas Ramah Lingkungan dari Sabut Kelapa", *Jurnal Teknologi Pertanian*, 9. No. 1 (2014). h. 15-25.

- Syamsul Bahri, "Pembuatan *Pulp* dari Batang Pisang", *Teknik Kimia Unimal* 4, no.2 (2015): h, 38.
- Trisnawati, Septian Nur Ika, "Karakteristik Kertas Seni dari Rumput Gajah (*Pennisetum purpureum*) dengan Penambahan Konsentrasi NaOH dan Pewarna yang Berbeda," *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2014): h. 1-13.
- Wibisono, Ivan., dkk, "Pembuatan *Pulp* dari Alang-alang", *Widya Teknik* 10, no. 1 (2011): h.14.
- Yosephine, Allita, dkk,"Pemanfaatan Ampas Tebu dan Kulit pisang dalam Pembuatan Kertas Serat Campuran"*Jurnal Teknik Kimia Indonesia*, 1, No.2 (2012): h. 94-100.



LAMPIRAN

Lampiran I : Skema/ bagan penelitian

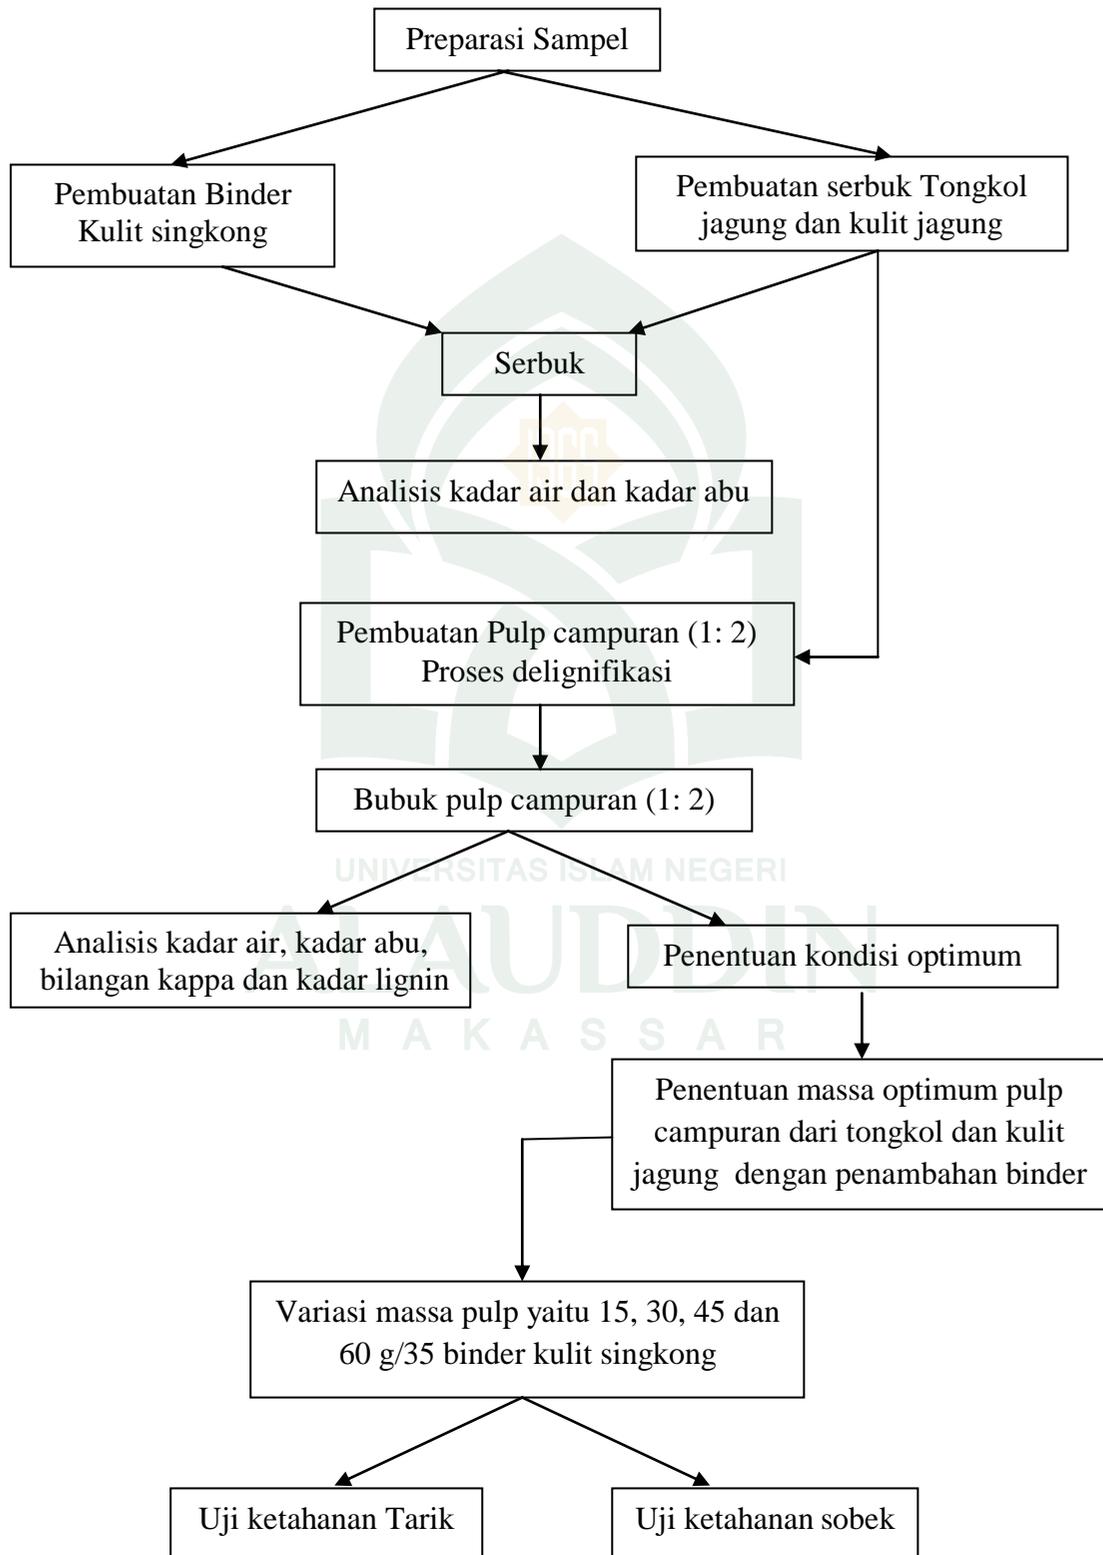

Lampiran II : Dokumentasi penelitian variasi

Lampiran 2.1 Preparasi Sampel



Tongkol Jagung



Kulit Jagung

Lampiran 2. 2 Pembuatan Binder Kulit Singkong



Kulit Singkong



Binder Kulit Singkong

Lampiran 2.3 Proses Delignifikasi



Lampiran 2.4 Analisis Kadar Air



Bobot kosong cawan + pulp campuran



Bobot konstan

Lampiran 2.5 Analisis kadar Abu



Lampiran 2.6 Analisis Bilangan Kappa



Sampel A (pulp campuran)



Sampel B (tanpa sampel A)

Lampiran 2.7 Analisis Kadar Lignin



Pulp campuran + H₂SO₄ 72%

Pemanasan



Penetralan

Bobot lignin

Lampiran 2.8 Proses Pencetakan Kertas komposit



Binder + air panas

Pencampuran binder dengan pulp



Pencetakan

Lampiran 2.9. Hasil Pencetakan



Kertas komposit pulp 15/35 gram binder



Kertas komposit pulp 30/35 gram binder



Kertas komposit pulp 45/35 gram binder



Kertas komposit pulp 60/35 gram binder

Lampiran 2.10. Uji Ketahanan Kuat Tarik dan Kuat Sobek



Alat Kuat Tairk (*Tensile Sterng*)



Cara kerja alat

Uji tarik kertas komposit variasi massa pulp (15, 30, 45, 60) dan binder 35 gram dengan ukuran 3x8 cm

Lampiran III : Hasil Perhitungan penelitian

Lampiran 3.1 Analisis Kadar Air Sampel

Tongkol jagung

- Bobot kosong cawan I	= 29,0078 gr
- Bobot cawan I + bobot Sampel awal (basah)	= 30,0038 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering)	= 29,8842 gr
Berat Air I (Simplo)	= Bobot Sampel Basah – Bobot Sampel Kering
	= 30,0038 gr – 29,8842 gr
	= 0,1196 gr
- Bobot kosong cawan II (Duplo)	= 30,1137 gr
- Bobot cawan II + bobot Sampel awal (basah)	= 31,1069 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering)	= 30,9871 gr
Berat Air II	= Bobot Sampel Basah – Bobot Sampel Kering
	= 31,1069 gr – 30,9871 gr
	= 0,1198 gr
Berat Air $_{rata-rata}$	= $\frac{\text{Berat Air I (Simplo)} + \text{Berat Air II (Duplo)}}{2}$
	= $\frac{0,1196 \text{ gr} + 0,1198 \text{ gr}}{2}$
	= 0,1197
% Kadar Air	= $\frac{\text{Berat Air}_{rata-rata}}{\text{Berat Sampel}} \times 1000\%$
	= $\frac{0,1064}{1} \times 100\%$
	= 11,97%

Lampiran 3.2 Analisis Kadar Abu Sampel

Tongkol Jagung

- Bobot kosong cawan I = 30,0808 gr
- Bobot cawan I + bobot Sampel awal (basah) = 31,0863 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering) = 30,0998 gr

$$\begin{aligned} \text{Berat Sampel Kering (Simplo)} &= \text{Bobot cawan I} - \text{Bobot Sampel Kering} \\ &= 30,0808 \text{ gr} - 30,0998 \text{ gr} \\ &= 0,019 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Abu I} &= \frac{\text{Berat Sampel Kering}}{\text{Bobot Sampel Akhir}} \times 100\% \\ &= \frac{0,019 \text{ gr}}{1} \times 100\% \\ &= 1,9\% \end{aligned}$$

- Bobot kosong cawan II (Duplo) = 26,0441 gr
- Bobot cawan II + bobot Sampel awal (basah) = 27,0484 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering) = 26,0660 gr

$$\begin{aligned} \text{Berat Sampel Kering (Simplo)} &= \text{Bobot cawan II} - \text{Bobot Sampel Kering} \\ &= 26,0441 \text{ gr} - 26,0660 \text{ gr} \\ &= 0,022 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Abu II} &= \frac{\text{Berat Sampel Kering}}{\text{Bobot Sampel Akhir}} \times 100\% \\ &= \frac{0,022 \text{ gr}}{1} \times 100\% \\ &= 2,2\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Abu Total} &= \frac{\% \text{ Kadar Abu I} + \% \text{ Kadar Abu II}}{2} \\ &= \frac{1,9\% + 2,2\%}{2} \\ &= 2,05\% \end{aligned}$$

Lampiran 3.3 Analisis Bilangan Kappa

Tabel 1 Faktor “p” koreksi perbedaan pemakaian persentase permanganat

P	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	0,958	0,960	0,926	0,964	0,966	0,968	0,970	0,973	0,975	0,977
40	0,979	0,981	0,983	0,985	0,987	0,989	0,991	0,994	0,996	0,998
50	1,000	1,002	1,004	1,006	1,009	1,011	1,13	1,015	1,017	1,019
60	1,022	1,024	1,026	1,028	1,030	1,033	1,035	1,037	1,039	1,042
70	1,044									

$$K = \frac{p \times f}{w}$$

Dimana:

K = nilai bilangan kappa

F = faktor koreksi pada pemakaian 50% kalium permanganat, tergantung pada harga p sesuai Tabel 1.

w = berat contoh uji kering oven, dinyatakan dalam gram (g)

p = larutan kalium permanganate yang terpakai oleh contoh pulp, dinyatakan dalam milliliter (mL)

a = larutan natrium tiosulfat yang terpakai dalam titrasi blanko, dinyatakan dala millliter (mL)

b = larutan natrium tiosulfat yang terpakai dalam titrasi contoh, dinyatakan dala millliter (mL)

N = normalitas larutan natrium tiosulfat

Diketahui a = 3,6 mL

b = 1,8 mL

w = 3 gram

Ditanya K =.....?

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{(b-a) N}{W} \\
 &= \frac{(3,6 \text{ mL} - 1,8 \text{ mL}) 0,2 \text{ N}}{0,1} \\
 &= \frac{1,8 \text{ mL} \times 0,2 \text{ N}}{0,1} \\
 &= \frac{0,36}{0,1} \\
 &= 3,6 \\
 K &= \frac{p \times f}{W} \\
 &= \frac{3,6 \times 1,019}{3} \\
 &= \frac{3,6684}{3} \\
 &= 1,22
 \end{aligned}$$

Lampiran 3.4 Analisis Kadar Lignin

Diketahui :

- Bobot kosong cawan` = 33,4789 gr
- Bobot kosong kertas saring = 0,9547 gr
- Bobot kertas saring + endapan lignin (A) = 34,4613 gr
- Bobot sampel kering oven (B) = 2 gram

$$\begin{aligned}
 X &= \frac{A}{B} 100\% \\
 &= \frac{0,0277 \text{ gr}}{2 \text{ gr}} \times 100\% \\
 &= 0,01385 \times 100\% \\
 &= 1,38\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 3.5 Analisis Kadar Air Pulp

Diketahui :

- Bobot kosong cawan I(Simplo) = 37,5351 gr
- Bobot cawan I + bobot Sampel awal (basah) = 38,5358 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering) = 38,3772 gr

$$\begin{aligned} \text{Berat Air I (Simplo)} &= \text{Bobot Sampel Basah} - \text{Bobot Sampel Kering} \\ &= 38,5358 \text{ gr} - 38,3772 \text{ gr} \\ &= 0,1586 \text{ gr} \end{aligned}$$

- Bobot kosong cawan II (Duplo) = 33,3352 gr
- Bobot cawan II + bobot Sampel awal (basah) = 34,3267 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering) = 34,1755 gr

$$\begin{aligned} \text{Berat Air II (Duplo)} &= \text{Bobot Sampel Basah} - \text{Bobot Sampel Kering} \\ &= 34,3267 \text{ gr} - 34,1755 \text{ gr} \\ &= 0,1512 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat Air}_{\text{rata-rata}} &= \frac{\text{Berat Air I (Simplo)} + \text{Berat Air II (Duplo)}}{2} \\ &= \frac{0,1586 \text{ gr} + 0,1512 \text{ gr}}{2} \\ &= 0,1549 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Air} &= \frac{\text{Berat Air}_{\text{rata-rata}}}{\text{Berat Sampel}} \times 1000\% \\ &= \frac{0,1549}{1} \times 100\% \\ &= 15,49\% \end{aligned}$$

Lampiran 3.6 Analisis Kadar Abu Pulp

Diketahui:

- Bobot kosong cawan I = 37,5351 gr
- Bobot cawan I + bobot Sampel awal (basah) = 38,4088 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering) = 37,5868 gr

$$\begin{aligned} \text{Berat Sampel Kering (Simplo)} &= \text{Bobot Sampel Kering} - \text{Bobot Cawan} \\ &= 37,5868 \text{ gr} - 37,5351 \text{ gr} \\ &= 0,0517 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Abu I} &= \frac{\text{Berat Sampel Kering}}{\text{Bobot Sampel Akhir}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0517 \text{ gr}}{1} \times 100\% \\ &= 5,17\% \end{aligned}$$

- Bobot kosong cawan II (Duplo) = 33,3352 gr
- Bobot cawan II + bobot Sampel awal (basah) = 34,2020 gr
- Bobot Sampel Akhir (kering) = 33,3838 gr

$$\begin{aligned} \text{Berat Sampel Kering (Simplo)} &= \text{Bobot Sampel Kering} - \text{Bobot cawan} \\ &= 33,3838 \text{ gr} - 33,3352 \text{ gr} \\ &= 0,0486 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Abu II} &= \frac{\text{Berat Sampel Kering}}{\text{Bobot Sampel Akhir}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0486 \text{ gr}}{1} \times 100\% \\ &= 4,86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kadar Abu Total} &= \frac{\% \text{ Kadar Abu I} + \% \text{ Kadar Abu II}}{2} \\ &= \frac{5,17\% + 4,86\%}{2} \\ &= 5,01\% \end{aligned}$$

Lampiran 3.7 Pembuatan larutan

1. NaOH 10% dalam 100 mL

$$\% \text{ b/v} = \frac{\text{Gram zat terlarut}}{\text{mL larutan}} \times 100$$

$$10\% = \frac{\text{Gram zat terlarut}}{100 \text{ mL}} \times 100$$

$$\text{Gram} = \frac{10\% \times 100 \text{ mL}}{100}$$

$$\text{Gram} = 10 \text{ gram}$$

2. KMnO_4 0,1 N dalam 100 mL

$$\text{Gram} = N \times \text{Be} \times V$$

$$= 0,1 \text{ ek/L} \times 31,61 \text{ g/ek} \times 0,1 \text{ L}$$

$$= 0,3161 \text{ g}$$

$$= 0,317 \text{ g}$$

3. KI 0,1 N dalam 500 mL

$$\text{Gram} = N \times \text{Be} \times V$$

$$= 0,1 \text{ ek/L} \times 166,028 \text{ g/ek} \times 0,05 \text{ L}$$

$$= 0,83014 \text{ g}$$

4. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,2 N dalam 500 mL

$$\text{Gram} = N \times \text{Be} \times L$$

$$= 0,2 \text{ ek/L} \times 248,19 \text{ g/ek} \times 0,05 \text{ L}$$

$$= 2,4819 \text{ g}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R