

**PENENTUAN KONSENTRASI OPTIMUM SELULOSA AMPAS TEBU  
(*Baggase*) DALAM PEMBUATAN FILM BIOPLASTIK**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
**ALAUDDIN**

**MOH IKHSANUDDIN DG M**

NIM : 60500113008

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ikhsanuddin DG Munir  
NIM : 60500113008  
Tempat/Tgl. Lahir : Solog/ 31 Oktober 1996  
Jurusan : Kimia  
Alamat : Puri Diva Istanbul Blok B No. 34  
Judul : Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Ampas Tebu  
(*Baggase*) Dalam Pembuatan Film Bioplastik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 15 Agustus 2017

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

  
**Moh. Ikhsanuddin DG Munir**  
**NIM : 60500113008**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Ampas Tebu (*Baggase*) dalam Pembuatan Film Bioplastik” yang disusun oleh **Moh. Ikhsanuddin DG Munir, NIM : 60500113008** mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin 18 Agustus 2017 bertepatan 25 Dzulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 Agustus 2017

25 Dzulqaidah 1438 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy I	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Sadik Sabry, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt tuhan semesta alam, atas rahmat, rahman dan rahim-Nya. Maha Besar Allah swt yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan mengajarkannya melalui perantara kalam. Allah swt dengan hidayah-Nya telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Ampas Tebu (*Baggase*) Dalam Pembuatan Film Bioplastik”**. *Shalawat* serta salam selalu terurai kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang selalu istikamah hingga akhir zaman.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua saya Abd. Munir DG M dan Kurniati serta saudara saudariku (Rismawati, S.Pd, Idzni Fildza DG M dan Muh. Faisal DG M) yang senantiasa mendoakan penulis beserta orang-orang yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan

keikhlasannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku dosen penguji I, Ibu Aisyah, S.Si., M.Si selaku dosen penguji II dan Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag selaku dosen penguji III yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, khususnya staf pengajar jurusan Kimia.
7. Seluruh laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Terkhusus Kak Ismawanti, S.Si.
8. Keluarga besar Maulana Mangawi.
9. Teman seperjuangan penelitian (Chaerul Umam Adam, Miftahul Jannah, Kasmawati, Nada Pertiwi, Fitriyani Najamuddin dan Nurul Azizah).
10. Seluruh teman-teman Jurusan Kimia angkatan 2013.

Semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan kita sebagai amal jariah. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan semoga segala aktifitas keseharian bernilai ibadah oleh Allah swt. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Samata-Gowa, Februari 2017

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Plastik Sintetik.....	7
B. Bioplastik.....	8
C. Ampas Tebu.....	12
D. Selulosa.....	15
E. Kitosan.....	18
F. Plastisizer .....	19
G. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i> .....	21

H. Kuat Tarik.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat.....	24
B. Alat dan Bahan.....	24
1. Alat.....	24
2. Bahan.....	24
C. Prosedur Kerja.....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	28-33
1. Hasil Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu.....	28
2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	28
3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	29
4. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan...	29
5. Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik....	30
6. Karakterisasi Menggunakan FTIR.....	32
B. Pembahasan.....	33-43
1. Hasil Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu.....	33
2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	34
3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	35
4. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan..	36
5. Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan.....	36
a. Uji Kuat Tarik.....	36
b. Uji Persen Pemanjangan.....	39
6. Karakterisasi Gugus Fungsi Menggunakan FTIR.....	41

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45-47</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>48-67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel Korelasi Inframerah.....	22
Tabel 4.2	Daerah Puncak Serapan Gugus Fungsi Bioplastik.....	23
Tabel 4.3	Nilai Uji Kuat dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Sorbitol 2 mL.....	30
Tabel 4.4	Nilai Uji Kuat dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Kitosan 0,8 g.....	31
Tabel 4.5	Nilai Uji Kuat dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Kitosan 0,8 g dan Sorbitol 2 mL.....	31
Tabel 4.6	Nilai Serapan dari Vibrasi Regang Gugus-Gugus Senyawa Film Bioplastik.....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ampas Tebu.....	13
Gambar 2.2	Struktur Alfa Selulosa.....	17
Gambar 2.3	Struktur Beta Selulosa.....	17
Gambar 2.4	Struktur Hemiselulosa.....	18
Gambar 2.5	Struktur Kitosan.....	19
Gambar 2.6	Struktur Sorbitol.....	20
Gambar 2.7	FTIR <i>Thermo Fisher Scientific</i> .....	22
Gambar 4.8	Selulosa Ampas Tebu.....	28
Gambar 4.9	Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	29
Gambar 4.10	Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	29
Gambar 4.11	Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan.....	30
Gambar 4.12	Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Kekuatan Tarik.....	37
Gambar 4.13	Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Persen Pemanjangan..	39
Gambar 4.14	Spektrum FTIR Selulosa Ampas Tebu.....	41
Gambar 4.15	Spektrum FTIR Selulosa Ampas Tebu + Kitosan + Sorbitol.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema Penelitian.....	48
Lampiran 2	Skema Kerja.....	49
Lampiran 3	Perhitungan.....	53
Lampiran 4	Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan.....	56
Lampiran 5	Hasil Analisis FTIR.....	57
Lampiran 6	Dokumentasi Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu.....	59
Lampiran 7	Dokumentasi Variasi Selulosa Ampas Tebu.....	61
Lampiran 8	Dokumentasi Pembuatan Film Bioplastik.....	62
Lampiran 9	Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	64
Lampiran 10	Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	65
Lampiran 11	Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan kitosan dan Sorbitol.....	66
Lampiran 12	Dokumentasi Karakterisasi Film Bioplastik Menggunakan FTIR...	65

## ABSTRAK

**Nama : Moh. Ikhsanuddin DG Munir**

**NIM : 60500113008**

**Judul : Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Ampas Tebu (*Baggase*) dalam Pembuatan Film Bioplastik**

---

Penumpukan sampah plastik sintetik menyebabkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan hidup, untuk menanggulangi hal tersebut dapat dilakukan dengan mensintesis plastik dari bahan pertanian atau disebut biopolimer (bioplastik). Biopolimer yang berpotensi sebagai bioplastik adalah biopolimer dari bahan pertanian ampas tebu yang mengandung selulosa mencapai 40 %. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan konsentrasi optimum selulosa ampas tebu (*baggase*) dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol dan untuk mengetahui hasil karakterisasi film bioplastik. Tahapan penelitian meliputi ekstraksi selulosa, pembuatan film bioplastik, uji kuat tarik dan karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi optimum selulosa ampas tebu (*baggase*) dalam pembuatan film bioplastik adalah 2 % (b/v) dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol. Hasil uji kuat tarik yang optimal adalah 0,089 Kgf/cm<sup>2</sup> dengan persen pemanjangan 15,90 %. Analisis FTIR pada semua variasi terlihat hampir sama, ditandai dengan pita-pita khas -OH, -NH dan C-O.

**Kata kunci : Bioplastik, Ampas Tebu dan Selulosa**

## ABSTRACT

**Name : Moh. Ikhsanuddin DG Munir**

**NIM : 60500113008**

**Title : Determining of The Optimum Concentration Chellulose Baggase in Making Film Bioplastic**

---

The hoarding rubbish synthetic plastic caused pollution and damage in life circles, to cope it can be done with synthesizing the plastic from agriculture substance or called biopolymer (bioplastic). It was that potentially as bioplastic was biopolymer from agriculture substance baggase that contain chellulose 40 %. This research aimed to determine the optimum concentration chellulose baggase in making bioplastic film with adding chitosan and sorbitol plasticizer and also to know the result of characterization film bioplastic. The steps in this research were; the extraction of chellulose, making film bioplastic, tensile strenght test and used characterization spectrofotometer FTIR. In this research show that optimum concentration chellulose baggase in making film bioplastic was 2 % with adding chitosan and sorbitol plasticizer. The optimal result of tensile strenght test was 0,089 Kgf/cm<sup>2</sup> with elongation percent 15,90 %. The analyze FTIR in all of variation that looked almost same with characterized with tapes -OH, -NH and C-O.

**Key Words :** Bioplastic, Baggase dan Chellulose

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Penumpukan sampah plastik di dunia semakin hari terus mengalami peningkatan, di Indonesia terutama pada daerah perkotaan termasuk penghasil sampah plastik terbanyak. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016, tiap tahunnya kota-kota di dunia menghasilkan sampah mencapai 1,3 miliar ton. Konsumsi plastik yang berlebih ini, sehingga menempatkan Indonesia termasuk peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok. Konsumsi plastik secara berlebihan sangat berpotensi menjadi material yang mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, karena menghadapi berbagai persoalan lingkungan seperti tidak dapat didaur ulang dan tidak dapat diuraikan secara alami oleh mikroba di dalam tanah. Sehingga terjadi penumpukan sampah plastik yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan. Menjaga lingkungan dari kerusakan telah jelas Allah SWT. gambarkan dalam QS. al-Qashash/28:77.

وَأَبْتَعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa “Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, yaitu berbuat baiklah kepada makhluk-Nya sebagaimana Dia telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu janganlah semangatmu hanya menjadi perusak di muka bumi dan berbuat buruk kepada makhluk Allah”. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Abdullah, 2009).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu hanya menjadi perusak di muka bumi dan berbuat buruk kepada makhluk Allah SWT. Artinya, wajib bagi semua umat manusia menjaga lingkungan dari kerusakan, baik pada tumbuhan dan makhluk hidupnya. Salah satunya adalah kerusakan akibat penggunaan plastik sintetik, dimana kerusakan lingkungan ini mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup di bumi dan makhluk hidup lainnya.

Plastik sintetik sangat meluas pengaplikasiannya, dikarenakan tidak mudah rapuh, sifatnya kuat dan stabil. Kestabilan inilah sehingga plastik sintetik tidak dapat dihancurkan secara alami. Sampah plastik bekas pakai tidak akan hancur meskipun telah ditimbun dalam waktu lama. Kelemahan lainnya adalah bahan utama pembuat plastik berasal dari minyak bumi, dimana keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi plastik adalah dengan mensintesis suatu polimer (bahan baku pembuatan polimer atau plastik) mudah terurai atau disebut dengan plastik biodegradabel (Bioplastik).

Bioplastik atau plastik biodegradabel merupakan plastik yang dapat digunakan seperti layaknya plastik konvensional, namun akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi air dan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Karena sifatnya dapat kembali ke alam, maka

dikategorikan sebagai plastik ramah lingkungan. Jepang telah menyepakati penggunaan nama plastik hijau (guriinpura) untuk plastik biodegradasi. Pembentukan film plastik pada prinsipnya merupakan gelatinasi molekul. Artinya, dengan adanya penambahan sejumlah air dan dipanaskan pada suhu tinggi maka akan terjadi gelatinasi. Berdasarkan bahan baku plastik biodegradabel dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok dengan bahan baku petrokimia dan produk tanaman seperti pati dan selulosa (Anita, dkk., 2013).

Selulosa merupakan bahan dasar penyusun tumbuhan yang termasuk ke dalam metabolit primer, selulosa dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa kimia lain dan mempunyai nilai komersial tinggi. Salah satu pemanfaatan selulosa mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi yakni konversi selulosa menjadi bahan baku plastik biodegradabel. Selulosa dari tumbuhan merupakan anugerah dari sang Maha Pencipta, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. asy-Syu'ara/26:7-8.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَخْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman”.

Menurut tafsir Al-Misbah, disebutkan bahwa apakah mereka tidak melihat ke bumi, yakni mengarahkan pandangan, sepanjang, seluas dan seantero bumi. Berapa banyak telah kami tumbuhkan dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai jenis yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda yang membuktikan adanya pencipta Yang Maha Esa. Tetapi mereka

tidak memperhatikan sehingga mereka tidak menemukan tanda-tanda itu (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang kesemuanya itu tumbuh subur dan memiliki banyak manfaat, dimana manfaat tersebut akan diperoleh jika terus berusaha dan berfikir bagi kehidupan manusia. Salah satu bagian dari tumbuhan yang dimaksud yaitu selulosa. Selulosa dapat dibuat bioplastik untuk mencegah kerusakan pada lingkungan. Alangkah banyaknya ciptaan Allah SWT yang mereka tidak memperhatikannya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah SWT.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk membuat bioplastik dengan polimer alami seperti protein, lemak dan polisakarida (Averous, 2001; Rosentrater, dkk., 2006 dan Siracusa, dkk., 2008). Penelitian lain juga telah berhasil membuat plastik biodegradabel dari pati jagung dengan penambahan kitosan dan pemplastis gliserol. Hasil yang diperoleh dari karakterisasi plastik biodegradabel dengan kinerja optimal adalah untuk kuat tarik 3,92 MPa, untuk elongasi 37,92 % dan positif terhadap uji biodegradasi (Coniwanti, dkk., 2014). Selain itu Ardiansyah (2011), telah melakukan penelitian tentang pemanfaatan pati umbi garut untuk pembuatan plastik biodegradabel, dimana diperoleh kekuatan tarik 5,29 MPa dengan derajat elongasi menurun yaitu 9,25 %. Semakin banyak kandungan kitosan maka uji tarik akan semakin baik, sedangkan penambahan plastisizer pada plastik biodegradabel akan menurunkan uji kuat tariknya begitu pula pada penelitian Setiani, dkk. (2013) dan Radhiyatullah (2015). Akan tetapi putri (2012), membuat bioplastik dengan bervariasi pati dalam pembuatan bioplastik yaitu 4 g, 6 g, 8 g, 10 g dan 12 g, diperoleh kualitas bioplastik terbaik adalah pada 10 g pati dengan kekuatan tarik 49,17 MPa, artinya selain penambahan kitosan dan plastisizer, polimer utama juga

sangat mempengaruhi kekuatan tarik dan persen elongasinya. Dalam pembuatan bioplastik, penggunaan metode sangat mempengaruhi karakteristik dari film yang dihasilkan. Metode blending atau campuran merupakan salah satu metode penghasil plastik biodegradabel dan dapat meningkatkan sifat mekanik plastik. Selain itu, metode ini adalah salah satu metode sederhana.

Penelitian tentang pembuatan bioplastik telah banyak dilakukan, namun perlu adanya penelitian tentang pemanfaatan limbah sebagai polimer alaminya, hasil penelitian sebelumnya selalu menggunakan pati sebagai bahan polimernya, dimana pati sendiri termasuk bahan pokok di Indonesia sehingga sulit dalam pengaplikasiannya. Di Indonesia pemanfaatan limbah pertanian dan perindustrian masih sangat kurang dikembangkan, sedangkan limbah yang dihasilkan sangat banyak dan masih mengandung manfaat, salah satunya yaitu polimer alami yang ditemukan pada limbah ampas tebu. Limbah ampas tebu merupakan salah satu limbah yang mengandung polimer alami khususnya selulosa, ampas tebu banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, karena tumbuhan ini tumbuh dengan subur dan merupakan bahan utama dalam industri gula, sehingga untuk memperolehnya tidak begitu sulit juga melimpah. Ampas tebu mengandung sampai 44 % berat selulosa, dimana menurut Sumartono (2012) kandungan selulosa lebih dari 40 % sudah dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian untuk menentukan konsentrasi optimum selulosa ampas tebu dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol, serta dikarakterisasi menggunakan *Fourier Transmitter Infra Red* (FTIR).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa konsentrasi optimum selulosa ampas tebu dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol?
2. Bagaimana karakterisasi FTIR film bioplastik yang dihasilkan dari ampas tebu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan konsentrasi optimum selulosa ampas tebu dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol.
2. Untuk mengetahui hasil karakterisasi FTIR film bioplastik yang dihasilkan dari ampas tebu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemecahan masalah kepada masyarakat dalam mengatasi limbah ampas tebu.
2. Memberikan informasi tentang pemanfaatan ampas tebu (*baggase*) sebagai sumber polimer alami dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Plastik Sintetik***

Polimer plastik merupakan salah satu bahan rekayasa bukan logam (*non-metallic material*) yang penting. Saat ini bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan pengganti untuk logam terutama karena sifatnya cenderung ringan, tahan terhadap korosi dan bahan kimia, serta murah, terutama untuk pengaplikasian pada temperatur rendah. Selain itu karena daya hantar listrik dan panas sangat rendah, kemampuannya dalam meredam kebisingan, variasi pada warna, tingkat transparansi, kesesuaian desain, serta manufaktur sehingga polimer sintetik sering digunakan (Coniwanti, dkk., 2014).

Plastik sintetik merupakan bahan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan telah berkembang menjadi industri besar. Bahan kemasan dari polimer petrokimia ini sangat populer digunakan karena memiliki beberapa keunggulan, yakni fleksibel (mengikuti bentuk produk), transparan, tidak mudah pecah, dapat dikombinasikan dengan kemasan lain dan tidak korosif. Polimer plastik tidak tahan terhadap panas dan dapat mencemari produk dengan migrasi komponen monomernya, sehingga berdampak pada keamanan serta kesehatan konsumen. Selain itu, kelemahan plastik lainnya adalah tidak dapat dihancurkan secara alami (*non-biodegradable*) sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Karenanya, bahan kemasan plastik tidak dapat dipertahankan penggunaannya secara luas karena akan menambah persoalan lingkungan, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya baik diwaktu sekarang maupun akan datang.

Plastik sintetis dalam penguraiannya secara sempurna membutuhkan waktu hampir ratusan tahun. Bila dibandingkan antara penggunaan plastik yang terus meningkat terhadap waktu yang dibutuhkan untuk terurai tentu sudah dapat dibayangkan bagaimana dampak penumpukan limbah plastik pada lingkungan. Di darat, tanah yang mengandung racun partikel plastik dapat membunuh hewan pengurai, seperti cacing yang berakibat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Sampah yang menumpuk di sungai dapat menimbulkan pendangkalan dan penyumbatan aliran sungai, sehingga banjir pun terjadi. Pada manusia dampak dari penggunaan plastik yaitu asap pembakaran limbah plastik dapat memicu penyakit kanker, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf, serta hepatitis (Nasution, 2015).

### **B. Bioplastik**

Plastik biodegradabel merupakan plastik yang dapat terurai oleh aktivitas mikroorganisme pengurai. Plastik biodegradabel memiliki kegunaan sama seperti plastik sintetis atau plastik konvensional. Plastik biodegradabel biasanya disebut dengan bioplastik, yaitu plastik yang seluruh atau hampir seluruh komponennya berasal dari bahan baku dapat diperbaharui. Plastik biodegradabel merupakan bahan plastik ramah lingkungan karena sifatnya dapat kembali ke alam. Umumnya kemasan biodegradabel diartikan sebagai film kemasan yang dapat didaur ulang dan dapat dihancurkan secara alami.

Bioplastik dikenal sebagai plastik yang dapat terdegradasi dan terbuat dari bahan terbaharui. Bioplastik dapat digunakan layaknya plastik konvensional tetapi terurai oleh aktivitas mikroorganisme. Contoh bahan dapat diperbaharui oleh alam adalah biji-bijian dan umbi-umbian. Biji-bijian seperti gandum, beras dan jagung, serta umbi seperti kentang.

Biopolimer banyak diminati oleh industri karena berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, *biodegradable* (dapat diuraikan), mempunyai sifat mekanis baik dan ekonomis. Contohnya, polimer yang dihasilkan dari monomer organik seperti pati, karet, kitosan, selulosa, protein dan lignin. Saat ini biopolimer banyak diteliti untuk menghasilkan film (plastik), sehingga dapat menggantikan keberadaan plastik sintetik. Biopolimer memiliki tiga kelompok bahan dasar dalam pembuatannya, yaitu campuran biopolimer dengan polimer sintesis, polimer mikrobiologi dan polimer pertanian.

Campuran biopolimer dengan polimer sintetis merupakan jenis film yang dapat dibuat dari campuran granula pati (5 – 20 %) dan polimer sintetis serta bahan tambahan (prooksidan dan autooksidan). Komponen ini memiliki angka biodegradabilitas rendah dan biofragmentasi sangat terbatas. Di Indonesia penelitian tentang campuran biopolimer telah banyak dilakukan (Sianturi, 2011).

Polimer mikrobiologi (poliester) adalah biopolimer ini dihasilkan secara bioteknologis atau fermentasi dengan mikroba genus *Alcaligenes*. Berbagai jenis ini diantaranya polihidroksi butirat (PHB), polihidroksi valerat (PHV), asam polilaktat dan asam poliglikolat. Bahan ini dapat terdegradasi secara penuh oleh bakteri, jamur dan alga. Tetapi karena proses produksi bahan dasarnya rumit mengakibatkan harga kemasan biodegradable ini relatif mahal (Averous, 2008).

Polimer pertanian merupakan polimer yang disintesa dari bahan polimer alam. Polimer yang terdapat di alam antara lain adalah protein, pectin dan polisakarida. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber penghasil biopolimer. Pengembangan biopolimer di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya terus dikembangkan dan kebutuhan masyarakat juga terhadap bahan biopolimer semakin

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan aplikasi biopolimer yang sangat banyak pada kehidupan (Efendy dan Fatma, 2013).

Biopolimer ini tidak dicampur dengan bahan sintetis dan diperoleh secara murni dari hasil pertanian. Polimer pertanian diantaranya selulosa (bagian dari dinding sel tanaman), kitin (pada kulit *Crustaceae*) dan *pullulan* (hasil fermentasi pati oleh *Pullularia pullulans*). Polimer ini memiliki sifat termoplastik, yaitu mempunyai kemampuan untuk dibentuk atau dicetak menjadi film kemasan. Kelebihan dari polimer jenis ini adalah ketersediaan sepanjang tahun dan mudah hancur secara alami. Polimer pertanian yang potensial untuk dikembangkan antara lain adalah pati gandum, pati jagung, kentang, selulosa, *concentrate whey dan soy protein* (Coniwanti, dkk., 2014).

Hasil pertanian di Indonesia sangat melimpah baik dari produk dan limbah yang dihasilkan memiliki banyak manfaat, hal ini menggambarkan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3:191.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”.

Menurut tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa ayat tersebut menyampaikan tentang Tuhan menciptakan alam raya dan isinya dengan tidak sia-sia, tanpa tujuan yang hak dimana pengenalan kepada Allah lebih banyak disandarkan kepada kalbu sedangkan pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni berfikir. Akal

memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam tetapi memiliki keterbatasan untuk memikirkan zat Allah (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang telah Allah SWT ciptakan tidaklah ada sia-sia, dengan akal manusia dapat mengenal alam raya dan memiliki kebebasan luas untuk memikirkan fenomenanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang sia-sia seperti ampas tebu, dapat diubah menjadi sesuatu dengan banyak manfaat, seperti polimer.

Proses pembentukan rantai molekul raksasa polimer dari unit-unit molekul terkecilnya (mer atau meros) melibatkan reaksi sangat kompleks. Proses polimerisasi tersebut secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis reaksi, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Reaksi adisi, seperti yang ada pada proses pembentukan makro molekul polyethylene dari molekul-molekul etilen, terjadi secara cepat dan tepat tanpa produk samping sehingga sering disebut pula sebagai pertumbuhan rantai. Sedangkan, polimerisasi kondensasi misalnya terjadi pada pembentukan bakelit dari dua buah mer berbeda, berlangsung tahap demi tahap dengan menghasilkan produk samping, seperti molekul air (dikondensasikan keluar) (Coniwanti, dkk., 2014).

Pembentukan rantai polimer juga dipengaruhi oleh proses gelatinasi, sehingga mengakibatkan ikatan akan cenderung saling berdekatan karena adanya ikatan hidrogen. Proses pengeringan mengakibatkan penyusutan sebagai akibat lepasnya air sehingga gel membentuk film stabil. Karakteristik film yang dapat diuji adalah karakteristik mekanik, permeabilitas dan nilai biodegradabilitasnya. Karakteristik mekanik suatu film kemasan terdiri dari kuat tarik, persen pemanjangan dan elastisitas. Parameter-parameter tersebut dapat menjelaskan bagaimana karakteristik mekanik dari bahan film yang berkaitan dengan struktur kimianya. Permeabilitas

suatu film kemasan adalah kemampuan melewatkan partikel gas dan uap air pada suatu unit luasan bahan dengan kondisi tertentu atau belum mengalami proses aktivasi. Beberapa faktor mempengaruhi tingkat biodegradabilitas kemasan setelah kontak dengan mikroorganisme, yakni sifat hidrofobik, bahan aditif, proses produksi, struktur polimer, morfologi dan berat molekul bahan kemasan. Proses terjadinya biodegradasi film kemasan di alam dimulai pada tahap degradasi kimia yaitu dengan proses oksidasi molekul, menghasilkan polimer dengan berat molekul yang rendah (Anita, dkk., 2013).

### **C. Ampas Tebu**

Ampas tebu merupakan salah satu serat alam yang banyak terdapat di Indonesia. Kegiatan pasca panen tanaman tebu, dalam pengolahan hasil pertanian/perkebunan, termasuk pemanfaatan produk samping dan sisa pengolahannya masih kurang optimal. Ampas tebu sendiri berasal dari tanaman tebu yang memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom	: <i>Plantae</i> (tumbuhan)
Sub Kingdom	: <i>Tracheobionta</i> (tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi	: <i>Spermatophyta</i> (menghasilkan biji)
Divisi	: <i>Magnoliophyta</i> (tumbuhan berbunga)
Kelas	: <i>Liliopsida</i> (berkeping satu /monokotil)
Sub Kelas	: <i>Commelinidae</i>
Ordo	: <i>Poales</i>
Famili	: <i>Graminae</i> atau <i>Poaceae</i> (suku rumput-rumputan)
Genus	: <i>Saccharum</i>
Spesies	: <i>Saccharum officinarum</i> Linn

(Suwanto, dkk., 2014).

Dalam industri pengolah tebu menjadi gula, menghasilkan ampas tebu yang mencapai 90 % dari setiap pengolahan. Selama ini pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan baku pembuatan *particle board*, pupuk organik dan pakan ternak bersifat terbatas, serta bernilai ekonomi rendah. Pemanfaatan serat ampas tebu sebagai serat penguat material komposit akan mempunyai arti sangat penting bila pemanfaatan limbah industri khususnya industri pembuatan gula di Indonesia dioptimalkan dari segi ekonomi dan pemanfaatan hasil olahannya (Yudo dan jatmiko, 2008).



**Gambar 2.1 Ampas Tebu**

Ampas tebu di Indonesia seperti yang terlihat pada gambar 2.1 sangat melimpah, rata-rata diperoleh 35-40 % dari setiap tebu yang diproses. Produksi tebu di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 21 juta ton, maka potensi ampas dihasilkan sekitar 6 juta ton ampas per tahun. Ampas tebu pada dasarnya mengandung sampai 44 % selulosa. Selama ini hampir di setiap pabrik gula tebu menggunakan bagas sebagai bahan bakar *boiler* sebanyak 50 % dan 50 % sisanya ditimbun berupa buangan dengan nilai ekonomi rendah. Penimbunan bagas dalam waktu tertentu juga akan menimbulkan permasalahan bagi pabrik. Mengingat bahan ini mudah terbakar, mengotori lingkungan sekitar dan menyita lahan luas untuk penyimpanannya (Wardani dan Kusumawardini, 2015). Allah SWT, berfirman dalam QS. Thaha/20:53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
مِّن تَبَاتٍ شَقَى ﴿٥٢﴾

Terjemahnya:

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan”.

Menurut tafsir Ibnu Katsir Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT, telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan yang kalian tinggali, berdiri dan tidur diatasnya, serta menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan berupa tanam-tanaman dan buah-buahan, ada yang rasanya masam, pahit, manis serta berbagai jenis lainnya dari hasil tanam-tanaman dan buah-buahan (Abdullah, 2009).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan bumi untuk manusia tinggali dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dengan rasa masam, pahit dan manis. Tumbuhan manis yang tumbuh di bumi mempunyai berbagai macam jenis, salah satu tumbuhan tersebut adalah tebu yang apabila diolah akan menghasilkan produk dengan rasa manis dan limbah ampas tebu.

Pemanfaatan ampas tebu memiliki banyak manfaat apabila dikelola dengan baik. Pemanfaatan serat ampas tebu sebagai serat penguat material komposit nantinya akan memberikan sumbangsih bagi pemerintah Indonesia, yaitu dapat mengurangi devisa negara melayang ke luar negeri. Karena dengan ditemukannya bahan alternatif baru pengganti serat sintetis yang kebanyakan masih mengimpor dari luar negeri, maka sedikit banyak dapat mengurangi permintaan serat sintetis oleh kalangan perindustrian (Wardani dan Kusumawardini,2015).

Ampas tebu apabila diolah menjadi plastik biodegradabel, hasil karakterisasinya sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan. Contoh metode yang biasa digunakan adalah metode blending dan modifikasi kimia. Metode

blending adalah mencampurkan semua bahan menjadi satu dan dipanaskan pada suhu tertentu, metode ini sangat sederhana dan dapat menghasilkan plastik biodegradabel dengan sifat mekanik yang baik tergantung dari keadaan penyebaran polimernya. Selain metode blending, terdapat juga metode modifikasi kimia. Modifikasi kimia merupakan metode yang bergantung pada polimer penyusunnya, polimer akan bersifat biodegradabel jika polimer yang dicangkokkan bersifat biodegradabel. Namun demikian, biasanya biodegradabilitas akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali dengan modifikasi kimia (Erfan, 2012).

#### **D. Selulosa**

Selulosa adalah pembentuk struktur material dari sebagian besar dinding sel tumbuhan, umum digunakan sebagai bahan pakaian, serat, kertas, bahan bangunan dan material polimer alam dapat diperbaharui. Selulosa termasuk polimer hidrofilik dengan tiga gugus hidroksil reaktif tiap unit hidroglukosa, tersusun atas ribuan gugus anhidroglukosa tersambung melalui ikatan 1,4- $\beta$ -glikosidik membentuk molekul berantai panjang dan linier. Gugus hidroksil ini telah dimanfaatkan untuk memodifikasi selulosa dengan memasukkan gugus fungsi tertentu pada selulosa melalui teknik penempelan. Struktur kimia dari monomer yang tercangkok ke selulosa akan mempengaruhi sifat-sifat dari selulosa tercangkok seperti karakter hidrofilik dan hidrofob, peningkatan elastisitas, daya absorpsi terhadap zat warna dan air, kemampuan sebagai penukar ion dan ketahanan terhadap panas (Suka, 2010).


Selulosa merupakan bahan dasar penting bagi industri-industri pemakai selulosa sebagai bahan baku, misalnya pabrik kertas, pabrik sutera tiruan dan lain sebagainya. Selulosa merupakan bahan organik melimpah, penggunaan polimer ini sebagai bahan dasar kimia dimulai sejak 150 tahun lalu dengan penemuan dari

turunan selulosa pertama. Selulosa dihasilkan dari alam yang bergabung dengan lignin dan hemiselulosa, sehingga perlu dihilangkan dengan menggabungkan transformasi dan pemecahan secara kimia (meninggalkan komponen selulosa dalam bentuk padatan) (Habibah, dkk., 2013).

Berat molekul selulosa merupakan variabel teristimewa penting sebab berhubungan langsung dengan sifat kimia polimer. Umumnya polimer dengan berat molekul tinggi mempunyai sifat lebih kuat. Banyak sekali bahan polimer tergantung pada massa molekulnya. Teknik paling umum digunakan untuk penetapan berat molekul polimer salah satunya adalah pengukuran viskositas, sedangkan derajat polimerisasi dapat menunjukkan ukuran molekul polimer yang berhubungan dengan berat molekul. Derajat polimerisasi dan kelarutan selulosa dalam senyawa NaOH 17,5 % dapat menentukan jenis-jenis selulosa seperti  $\alpha$ -selulosa,  $\beta$ -selulosa dan  $\gamma$ -selulosa (Habibah, dkk., 2013).


$\alpha$ -Selulosa (*Alpha Cellulose*) adalah selulosa berantai panjang, tidak larut dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) 600 – 15000. Selulosa dengan derajat kemurnian  $\alpha \geq 92$  % memenuhi syarat untuk bahan baku utama pembuatan propelan atau bahan peledak, sedangkan selulosa kualitas dibawahnya digunakan sebagai bahan baku pada industri kertas dan industri kain (serat rayon) (Sumada, dkk., 2011).

$\alpha$ -Selulosa merupakan bentuk sesungguhnya yang telah dikenal sebagai selulosa. Semakin tinggi kadar  $\alpha$ -selulosa, maka semakin baik mutu bahannya.  $\alpha$ -Selulosa menentukan kualitas yang paling tinggi dari kemurnian selulosa. Perbedaan yang paling identik dari  $\alpha$ -selulosa dengan selulosa yang lain adalah ikatan antara selulosa satu dengan selulosa lain ini (Nosya, 2016). Adapun struktur  $\alpha$ -selulosa dapat dilihat pada gambar 2.2.

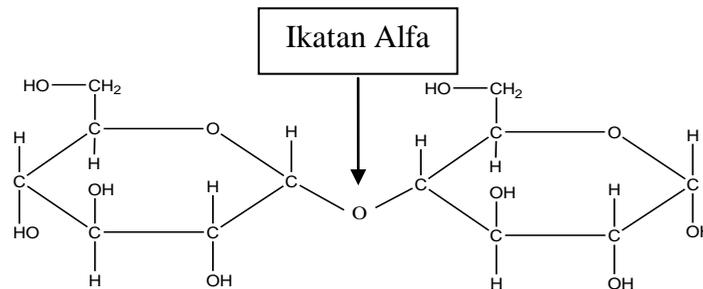

**Gambar 2.2 Struktur  $\alpha$ -Selulosa**  
(Sumber: Norsya, 2016)


$\beta$ -Selulosa (*Betha Cellulose*) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) 15 – 90, dapat mengendap bila dinetralkan. Jenis dari selulosa ini mudah larut dalam larutan NaOH yang mempunyai kadar 17,5 % pada suhu 20 °C dan akan mengendap bila larutan tersebut berubah menjadi larutan yang memiliki suasana asam. (Nosya, 2016). Struktur dari  $\beta$ -Selulosa dapat dilihat pada gambar 2.3.

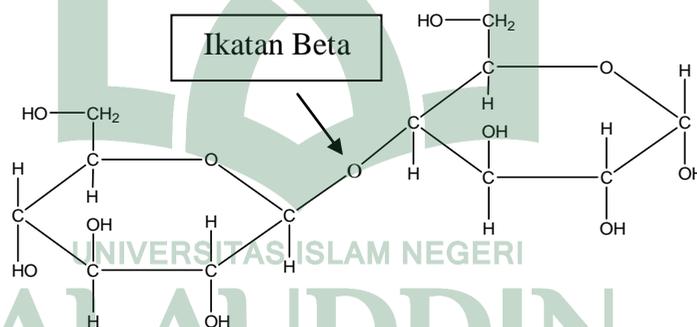

**Gambar 2.3 Struktur  $\beta$ -Selulosa**  
(Sumber: Norsya, 2016)

$\gamma$ -Selulosa (*Gamma Cellulose*) adalah selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan DP (Derajat Polimerisasi) kurang dari 15, kandungan utamanya adalah hemiselulosa. Hemiselulosa relatif mudah untuk dihidrolisis asam menjadi komponen monomernya. Molekul hemiselulosa lebih kecil dari selulosa serta lebih mudah menyerap air, bersifat plastis dan mempunyai permukaan kotak antar molekul lebih luas dibandingkan dengan selulosa (Nurul, 2016). Kandungan utama dari hemiselulosa adalah xilan, umumnya xilan

diklasifikasikan sebagai hemiselulosa karena diperoleh melalui prosedur ekstraksi hemiselulosa (Darliah, 2008). Struktur hemiselulosa dapat dilihat pada gambar 2.4.

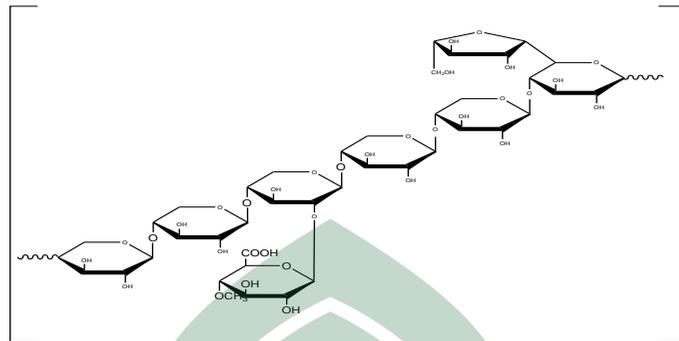


**Gambar 2.4 Struktur Hemi-selulosa**  
(Sumber: Nurul, 2016)

### ***E. Kitosan***

Potensi perairan di Indonesia kaya dengan berbagai jenis invertebrata misalnya udang. Udang merupakan bahan makanan mengandung protein (21 %), lemak (0,2 %), vitamin A dan B1. Udang dapat diolah dengan beberapa cara seperti udang beku, udang kering, udang kaleng dan lain-lain. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, menargetkan produksi udang tahun 2013 mencapai 608.000 ton, sebelumnya pada tahun 2012 sebesar 457.000 ton. Banyaknya produksi udang ini akan menghasilkan limbah sekitar 250.000 ton per tahunnya, mengingat hasil samping produksi berupa kepala, kulit, ekor dan kaki sekitar 35 % - 50 % dari berat awal. Limbah udang ini dapat mencemari lingkungan di sekitar pabrik sehingga perlu dimanfaatkan. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan limbah udang memiliki potensi besar sebagai penghasil kitin (Harjanti, dkk., 2012).

Kitin tidak mudah larut dalam air, sehingga penggunaannya terbatas. Namun dengan modifikasi kimiawi dapat diperoleh senyawa turunan kitin mempunyai sifat kimia lebih baik. Salah satu turunan kitin adalah kitosan. Kitosan diperoleh dengan

cara mengkonversi kitin melalui proses penghilangan asetil dengan larutan basa konsentrasi tinggi. Adapun struktur kitosan sebagai berikut:

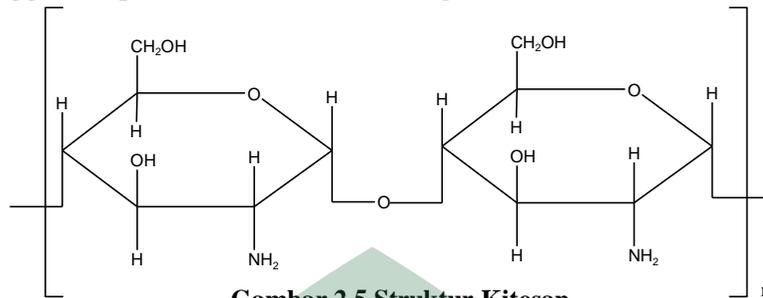

**Gambar 2.5 Struktur Kitosan**  
(Sumber: Hargono, 2008)

Kitosan merupakan senyawa dengan rumus kimia poli (2-amino-2-dioksi- $\beta$ -D-Glukosa) yang dapat dihasilkan dengan proses hidrolisis kitin menggunakan basa kuat. Saat ini terdapat lebih dari 200 aplikasi kitin dan kitosan serta turunannya di industri makanan, pemrosesan makanan, bioteknologi, pertanian, farmasi, kesehatan dan lingkungan (Hargono, dkk., 2008).


Kitosan juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bioplastik. Adapun beberapa keuntungan dari kitosan adalah murah, dapat diperbaharui dan melimpah. Disamping itu, kitosan banyak ditemukan di beberapa bagian sesuai dari bahan bakunya. Kitosan adalah polisakarida linear. Polisakarida struktur karbohidrat polimer, terbentuk dari pengulangan unit (tiap mono- ataupun di- sakarida) dan tergabung bersama dengan ikatan glikosidik. Kitosan merupakan polisakarida kedua sangat berlimpah di alam setelah selulosa. Biopolimer ini kebanyakan juga tersedia dari limbah produk pada industri kerang-kerangan. Kitosan dapat terbentuk dari komponen kitin fungsi dinding sel (Radhiyatullah, dkk., 2015).

#### **F. Plastisizer**

Plastisizer (bahan pelembut) adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan pada suatu produk untuk menurunkan kekakuan dari polimer, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. Pada

pembuatan plastik biodegradabel sangat diperlukan sekali adanya plastisizer untuk memperoleh sifat film khusus (Anita, dkk., 2013).

Plastisizer merupakan molekul kecil bersifat amorf yang digunakan untuk mengubah sifat dan karakteristik pembentukan plastik. Contoh dari plastisizer adalah gliserol dan sorbitol, dimana memiliki kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekular. Plastisizer menurunkan kekuatan inter dan intra molekular, meningkatkan mobilitas, serta fleksibilitas film. Semakin banyak penggunaan plastisizer maka akan meningkatkan kelarutan, begitu pula dengan penggunaan plastisizer bersifat hidrofilik juga akan meningkatkan kelarutannya di dalam air (Zhong, 2008).

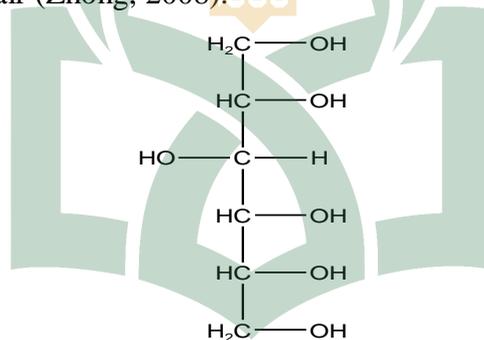

**Gambar 2.6 Struktur Sorbitol**

(Sumber: Soesilo, 2005)

Sorbitol ( $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$ ) berasal dari golongan gula alkohol, berdasarkan gambar 2.4 struktur sorbitol memiliki gugus alkohol (-OH) pada setiap cabangnya. Gula alkohol merupakan hasil reduksi dari glukosa, dimana semua atom oksigen pada molekul gula alkohol yang sederhana terdapat dalam bentuk kelompok hidroksil. Sorbitol termasuk dalam kelompok *polyols* asiklik dengan enam rantai karbon (Soesilo, dkk., 2005).

Sorbitol merupakan bahan pengganti gula dari golongan gula alkohol yang paling banyak digunakan. Di Indonesia sorbitol ( $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$ ) paling banyak digunakan

sebagai pemanis pengganti gula karena bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Di Indonesia, sorbitol diproduksi dari tepung umbi tanaman singkong (*Manihot Utilissima Pohl*) termasuk keluarga *Euphorbiaceae* (Soesilo, dkk., 2005).

Sorbitol selain pengganti gula juga merupakan plasticizer yang efektif karena memiliki kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler. Plasticizer ditambahkan dalam pembuatan edible film untuk mengurangi kerapuhan, meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan film terutama jika disimpan pada suhu rendah.

#### **G. FTIR**

Dalam menafsirkan keberadaan suatu gugus yang terdapat dalam senyawa tertentu dengan menggunakan peta korelasi, maka dibutuhkan suatu alat yaitu spektroskopi infra merah (IR). Spektroskopi infra merah adalah salah satu teknik analisis spektroskopi absorpsi dengan memanfaatkan sinar infra merah dari spektrum elektromagnetik, sehingga akan menghasilkan spektrum mewakili senyawanya. Seperti teknik spektroskopi lainnya, teknik ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan dalam sebuah sampel (Ardiansyah, 2011).

Spektroskopi IR akan mengidentifikasi gugus fungsi dan pemakaiannya banyak digunakan untuk identifikasi senyawa-senyawa organik. Prinsip dari spektroskopi IR didasarkan pada interaksi antara tingkat energi getaran (vibrasi). Vibrasi atom yang berikatan dalam molekul dengan mengadsorpsi radiasi gelombang elektromagnetik IR (Bresnick, 2003). Adapun komponen-komponen dari FTIR adalah sumber energi, monokromator, wadah sampel, detektor dan rekorder.



**Gambar 2.7 FTIR Thermo Fisher Scientific**

Gambar diatas memperlihatkan bahwa peta korelasi hasil pembacaan jelas tergambar pada *recorder*. Peta korelasi dapat memberikan informasi gugus fungsi seperti OH dan NH, dimana pita ulurannya terdapat antara 3000-3700/cm. Jika spektrum infrah merah suatu senyawa tertentu menunjukkan serapan pada daerah ini, dapat diduga bahwa senyawa tersebut terdapat gugus OH atau NH. Daerah antara 1400-4000/cm, yaitu terletak pada bagian kiri spektra infra merah merupakan daerah khusus yang berguna bagi identifikasi gugus-gugus fungsional (Ardiansyah, 2011).

Tabel korelasi inframerah dan daerah puncak serapan gugus fungsi bioplastik dapat dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2:

**Tabel 2.1 Tabel Korelasi Inframerah**

<b>Type Vibrasi</b>	<b>Frekuensi (cm<sup>-1</sup>)</b>	<b>Panjang Gelombang (μ)</b>
O-H	3650-3200	2,75-13,12
N-H	3500-3300	2,85-3,03
N-H Amin primer dan sekunder	1640-1550	6,10-6,45
C-N Amin	1350-1000	7,4-10,0
C-O-C	1300-1000	7,7-10,0

(Sastrohamidjojo, 1992).

**Tabel 2.2 Daerah Puncak Serapan Gugus Fungsi Bioplastik**

Bioplastik	Frekuensi (cm <sup>-1</sup> )	Gugus Fungsi
Selulosa, Kitosan dan Gliserol	3335,06	OH/NH
	1547,87	Regangan N-H
	1020,73	Regangan C-O

(Sumartono, dkk., 2015).

#### **H. Kuat tarik**

Penentuan daya regang atau sering dikenal juga sebagai kekuatan tarik merupakan gaya maksimum yang terjadi pada film selama pengukuran berlangsung. Hasil pengukuran ini berhubungan erat dengan jumlah kitosan dan sorbitol pada proses pembuatan film. Berdasarkan penelitian nilai daya regang dengan penambahan kitosan memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan adanya penambahan sorbitol (Ardiansyah, 2011).

Sorbitol dapat mengurangi ikatan hidrogen internal molekul dan menyebabkan melemahnya gaya tarik intermolekul rantai polimer berdekatan sehingga mengurangi daya regang putus. Penambahan kitosan lebih dari jumlah tertentu akan menghasilkan film dengan kekuatan tarik lebih tinggi. Kekuatan tarik dan elongasi dari *biodegradable* plastik yang dihasilkan dipengaruhi oleh kadar serat, pemlastis serta bahan campuran yang dihasilkan. Pada uji kekuatan tarik, dengan menarik suatu bahan akan segera mengetahui bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana material itu bertambah panjang (Nugroho, 2015).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November 2016 sampai februari 2017 di Laboratorium Kimia Analitik dan Riset Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, serta Laboratorium Fisika Balai Besar Hasil Industri Perkebunan (BBIHP) Makassar.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain spektrofotometer FTIR *Thermo Fisher Scientific*, *Universal Testing Machine* (UTM), *autoclave*, *oven*, *hotplate stirrer*, *magnetic stirrer*, neraca analitik, labu ukur 50 mL, erlenmeyer 250 mL, gelas kimia 1000 mL dan 100 mL, labu takar 250 mL dan 1000 mL, corong, wadah maserasi, gelas arloji, batang pengaduk, spatula dan gunting.

##### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aluminium foil, ampas tebu (*baggage*), aquadest ( $H_2O$ ), asam asetat ( $CH_3COOH$ ), asam klorida ( $HCl$ ), kertas pH, natrium hidroksida ( $NaOH$ ), kitosan ( $C_6H_{11}NO_4$ )<sub>n</sub> dan sorbitol ( $C_6H_{14}O_6$ ).

### **C. Prosedur Kerja**

#### **1. Ekstraksi Selulosa dari Ampas Tebu**

Ampas tebu dibersihkan, dicuci dan dijemur dibawah panas matahari langsung. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender serta diayak dengan pengayak ukuran 40 mesh, sampel halus dimasukkan ke dalam wadah maserasi dan dilarutkan dengan  $\text{CH}_3\text{OH}$  sampai 7 hari atau larutan tidak lagi berwarna dengan mengganti  $\text{CH}_3\text{OH}$  setiap 2 hari sekali. Setelah proses maserasi, sampel disaring menggunakan kertas saring whatman no. 42. Residu dari proses penyaringan dicuci dengan  $\text{H}_2\text{O}$  dan dikeringkan. Residu selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL dan ditambahkan  $\text{NaOH}$  17,5 % sampai sampel terendam, kemudian dipanaskan selama 60 menit pada suhu  $121\text{ }^\circ\text{C}$ . Setelah itu, disaring kembali dan dicuci residunya dengan  $\text{H}_2\text{O}$ . Residu yang diperoleh dihidrolisis menggunakan  $\text{HCl}$  2 % selama 3 jam, selanjutnya dicuci dengan  $\text{H}_2\text{O}$  kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu  $105\text{ }^\circ\text{C}$  selama 1 jam (Monariqsa, dkk., 2012).

#### **2. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol**

Selulosa ditimbang sebanyak 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,2 g, kemudian ditambahkan 2 mL sorbitol sambil diaduk. Campuran selanjutnya dipanaskan pada suhu  $80\text{ }^\circ\text{C}$  selama 7 menit. Kemudian dituangkan pada plat cetakan (plat kaca) (Sumartono, dkk., 2015).

#### **3. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan**

Kitosan sebanyak 0,8 g dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 mL dan dilarutkan dengan 30 mL  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0,6 M. Campuran kitosan dan  $\text{CH}_3\text{COOH}$  dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 8 menit, selanjutnya didiamkan sampai suhu turun pada  $50\text{ }^\circ\text{C}$ . Hasil yang diperoleh ditambahkan ke dalam 0,4, 0,6,

0,8, 1 dan 1,2 g selulosa sambil diaduk, campuran ini dihomogenkan menggunakan magnetik stirrer selama 15 menit. Setelah itu, dipanaskan selama 7 menit pada suhu 80 °C, kemudian dituangkan pada plat cetakan (plat kaca) (Sumartono, dkk., 2015).

#### **4. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol**

Kitosan sebanyak 0,8 g dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 mL dan dilarutkan dengan CH<sub>3</sub>COOH 0,6 M, selanjutnya dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 8 menit dan didiamkan sampai suhu turun pada 50 °C. Hasil yang diperoleh ditambahkan ke dalam 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,2 g selulosa yang telah dihomogenkan dengan sorbitol. Campuran diaduk menggunakan magnetik stirrer selama 15 menit, kemudian dipanaskan pada suhu 80 °C selama 7 menit. Setelah itu, dituangkan pada plat cetakan (plat kaca) (Sumartono, dkk., 2015).

#### **5. Uji kuat Tarik dan Persen Pemanjangan**

Pengujian kuat tarik dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk film bioplastik dengan bentuk silinder. Tegangan diatur sebesar 40 volt, kemudian alat dikalibrasi. Film bioplastik ditempatkan tepat berada di tangan pada posisi pemberian gaya. Tombol *switch ON/OFF* diarahkan ke arah *ON*. Apabila sampel telah pecah atau sobek, tombol *switch ON/OFF* dikembalikan ke arah *OFF* maka motor penggerak akan berhenti. Kemudian dicatat besarnya gaya yang ditampilkan pada panel *display* saat sampel telah rusak.

#### **6. Uji Gugus Fungsi**

Film bioplastik dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga memenuhi ukuran partikel kurang lebih 2 µm. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam pellet press hingga merata, diusahakan pellet yang terbentuk mempunyai

ketebalan 0,3 mm (transparan). Selanjutnya, pellet dibuka secara hati-hati dan pindahkan ke dalam sel holder menggunakan spatula. Kemudian alat spektrometer FTIR diatur dengan kecepatan kertas pada posisi normal. Dicek skala kertas melalui pembuatan spektrum. Apabila skala kertas sudah tepat, dengan cara yang sama dibuat spektrum FTIR dari sampel yang sudah disiapkan, kemudian ditentukan gugus fungsinya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

##### **1. Hasil Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu**

Ekstraksi selulosa dilakukan pada ampas tebu yang berasal dari Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Ampas tebu dimaserasi, didelignifikasi dan dihidrolisis, sehingga menghasilkan  $\alpha$ -selulosa.




**Gambar 4.8 Selulosa Ampas Tebu**

Hasil ekstraksi selulosa yang diperoleh ditunjukkan pada gambar 4.8, dimana selulosa yang dihasilkan berwarna coklat keputihan, tidak berbau dan teksturnya halus.

##### **2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan sorbitol, maka diperoleh film bioplastik tidak kaku, warna coklat kehitaman, tidak bisa dilepas dari cetakan secara utuh dan permukaan tidak licin.

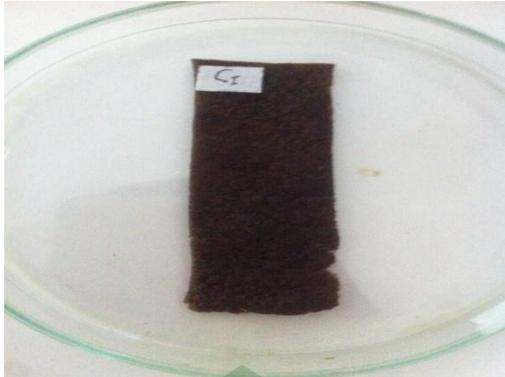

**Gambar 4.9 Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol**

### **3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan, maka diperoleh film bioplastik sangat kaku, warna coklat tua, bisa dilepas dari cetakan secara utuh dan permukaan tidak licin.



**Gambar 4.10 Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan**

### **4. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan sorbitol dan kitosan, maka diperoleh film bioplastik sedikit kaku tetapi fleksibel, warna coklat kekuningan, bisa dilepas dari cetakan secara utuh dan permukaan agak licin.



Gambar 4.11 Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan

### 5. Hasil Uji kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik

Berdasarkan penelitian dalam pembuatan film bioplastik dengan variasi selulosa ampas tebu, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Sorbitol 2 mL

No.	Selulosa (g)	Kuat Tarik (Kgf/cm <sup>2</sup> )	Persen Pemanjangan (%)
1	0,4	0,009	2,22

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa konsentrasi optimum selulosa terdapat pada selulosa 0,4 g, dimana selulosa ini dapat di uji kekuatan tariknya yaitu 0,009 Kgf/cm<sup>2</sup> dan persen pemanjangannya 2,22 %. Sedangkan konsentrasi yang lain tidak saling merekat membentuk film bioplastik, melainkan terpisah satu sama lain dan tidak dapat dilakukan uji kuat tarik serta persen pemanjangannya.

**Tabel 4.4 Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Kitosan 0,8 g**

No.	Selulosa (g)	Kuat Tarik (Kgf/cm <sup>2</sup> )	Persen Pemanjangan (%)
1	0,4	0,867	7,13
2	0,6	1,868	12,46
3	0,8	1,625	13,11
4	1,0	1,136	8,35
5	1,2	0,858	5,19

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa konsentrasi optimum selulosa terdapat pada selulosa 0,8 g, dimana kekuatannya yaitu 1,625 Kgf/cm<sup>2</sup> dan persen pemanjangan 13,11 %. Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan bertambahnya konsentrasi selulosa maka, kekuatan tarik dan persen pemanjangan akan semakin meningkat, tetapi pada konsentrasi selulosa 0,6 g kekuatan tarik menurun dan 0,8 g persen pemanjangan ikut menurun.

**Tabel 4.5 Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Kitosan 0,8 g dan Sorbitol 2 mL**

No.	Selulosa (g)	Kuat Tarik (Kgf/cm <sup>2</sup> )	Persen Pemanjangan (%)
1	0,4	0,071	12,73
2	0,6	0,089	15,90
3	0,8	0,191	13,57
4	1,0	0,241	13,46
5	1,2	0,245	12,66

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa konsentrasi optimum selulosa terdapat pada selulosa 0,8 g, dimana kekuatannya yaitu 0,089 Kgf/cm<sup>2</sup> dan persen pemanjangan 15,90 %. Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan

bertambahnya konsentrasi selulosa maka, kekuatan tarik dan persen pemanjangan akan semakin meningkat, tetapi pada konsentrasi selulosa 0,6 g persen pemanjangan menurun. Hal tersebut disebabkan karena ikatan hidrogen yang terbentuk antara selulosa, sorbitol dan kitosan.

## 6. Karakterisasi Menggunakan FTIR

Film bioplastik yang diperoleh dilanjutkan dengan analisis menggunakan alat FTIR. Identifikasi FTIR berfungsi untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari bioplastik yang dihasilkan berdasarkan data serapan infra merah yang dihasilkan. Nilai serapan dari infra merah dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.6 Nilai Serapan dari Vibrasi Regang Gugus-Gugus Senyawa Film Bioplastik**

No.	Variasi	Tipe Vibrasi Regangan	Rentang Serapan ( $\text{cm}^{-1}$ )	Serapan ( $\text{cm}^{-1}$ )
1	Selulosa	O-H	3650-3200	3450,86
		C-O	1300-800	1161,91
2	Selulosa dengan Sorbitol	O-H	3650-3200	3395,61
		C-O	1300-800	1080,94
3	Selulosa dengan Kitosan	O-H	3650-3200	3515,79
		N-H	1640-1550	1637,48
		C-O	1300-800	1091,68
4	Selulosa dengan Kitosan dan Sorbitol	O-H	3650-3200	3452,08
		N-H	1640-1550	1640,14
		C-O	1300-800	1087,05

Nilai serapan dari vibrasi regang gugus-gugus senyawa film bioplastik pada tabel di atas menyatakan bahwa gugus O-H mengalami penurunan pada saat selulosa dengan penambahan sorbitol dan mengalami kenaikan kembali pada saat selulosa dengan penambahan kitosan, serta penambahan kitosan dan

sorbitol, sedangkan nilai serapan gugus C-O terus mengalami penurunan dibandingkan serapan awal pada setiap variasi. Pada selulosa dengan penambahan kitosan dan sorbitol nilai serapan gugus N-H mengalami kenaikan dibandingkan pada selulosa dengan penambahan kitosan. Penurunan dan kenaikan nilai intensitas serapan diakibatkan oleh ikatan hidrogen yang terbentuk pada film bioplastik, dimana semakin besar intensitas serapan artinya ikatan hidrogen yang terbentuk semakin banyak dan semakin menurun intensitas nilai serapan maka semakin sedikit ikatan hidrogen yang terbentuk.


## **B. Pembahasan**

### **1. Hasil Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sampel ampas tebu diambil dari PT. PN XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar Desa Pa'rappunganta Kec. Polobangkeng Utara. Sampel dibersihkan dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari langsung, tujuannya agar kadar air yang berada dalam ampas tebu berkurang.

Ampas tebu kering dimaserasi menggunakan pelarut metanol, penggunaan pelarut metanol dikarenakan pelarut metanol merupakan pelarut polar yang mempunyai molekul kecil sehingga mampu mengikat lemak, protein dan senyawa metabolit sekunder polar dalam sampel. Proses maserasi dilakukan selama 7 hari dengan mengganti pelarut setiap 2 hari sekali, hal ini bertujuan agar senyawa-senyawa yang terkandung dalam sampel daun dapat tertarik semaksimal mungkin oleh pelarut. Selanjutnya sampel disaring untuk memisahkan maserat (filtrat) dan ampasnya (residu). Residu kemudian dihilangkan kadar ligninnya dengan ditambahkan larutan NaOH 17,5 % dan dipanaskan pada suhu 121 °C, tujuannya agar kadar lignin dalam sampel

berkurang. Larutnya lignin disebabkan oleh terjadinya transfer ion hidrogen dari gugus hidroksil pada lignin ke ion hidroksil. Lignin bereaksi dengan NaOH membentuk Natrium lignat dan air.

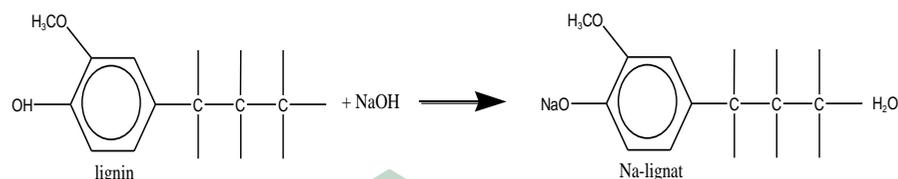

Semakin rendah kadar ligninnya maka akan semakin murni selulosa yang didapatkan, dimana menurut Sumartono (2015) bahwa selulosa dapat digunakan dalam pembuatan film bioplastik jika selulosanya mencapai 40 %. Sampel yang telah didelignifikasi, dilakukan hidrolisis menggunakan HCl 2 % untuk menghilangkan kandungan semiselulosanya. Hemiselulosa (xilan) jika dihidrolisis dengan asam akan terurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil.



Pada umumnya, komponen zat terlarut pada hasil hidrolisis xilan adalah xilosa, glukosa dan arabinosa.

Hasil ekstraksi selulosa ampas tebu yaitu berwarna coklat keputihan, tidak berbau dan berserat halus. Berdasarkan penelitian Putera (2012), selulosa hasil ekstraksi memiliki kemiripan dimana ciri fisiknya membentuk serat kuat dan berwarna putih.

## 2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol

Pembuatan film bioplastik dengan penambahan sorbitol, dalam hal ini sorbitol digunakan karena memiliki berat molekul 182,17 g/mol yang akan memberikan efek kuat tarik lebih besar terhadap film dan meningkatkan persen pemanjangannya. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sorbitol tidak mudah menguap, sehingga diperkirakan volume sorbitol tidak akan hilang akibat

proses pembuatan dan pengovenan pada saat pencetakan. Sebelum proses pencetakan, dilakukan pemanasan dalam pembuatan film bioplastik agar terjadi proses gelatinasi molekul.

Hasil yang diperoleh menyatakan film bioplastik tidak kaku, warna coklat kehitaman, tidak bisa dilepas dari cetakan secara utuh dan permukaan tidak licin. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kristiani (2015), menyatakan bahwa penambahan sorbitol akan memberikan efek tidak kaku pada bioplastik (elastis).

### **3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan**

Kitosan sebelum ditambahkan ke dalam film bioplastik, terlebih dahulu dilarutkan pada asam asetat 0,6 M dan diultrasonik. Penggunaan asam asetat karena kitosan tidak larut dalam larutan basah, asam-asam kuat dan larut pada asam asetat. Digunakan ultrasonik dikarenakan ultrasonik akan mempercepat waktu reaksi disebabkan karena adanya efek kavitasi yang dihasilkan oleh gelombang ultrasonik. Kitosan dalam bioplastik sangat berperan penting karena merupakan perekat dan bahan penguat. Selain itu, kitosan adalah salah satu bahan aditif yang memiliki sifat antimikroba, kitosan mengandung enzim lysosim dan gugus aminopolisakarida yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Dalam bioplastik yang berbahan baku selulosa tidak tahan terhadap lingkungan dan perlu ditambahkan bahan aditif.

Hasil yang diperoleh menyatakan film bioplastik sangat kaku, warna coklat tua, bisa dilepas dari cetakan secara utuh dan permukaan tidak licin. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kristiani (2015), bahwa penambahan kitosan akan memberikan efek kaku pada bioplastik sehingga kekuatan tariknya meningkat. Kekakuan tersebut menyebabkan film dapat dilepaskan secara utuh.

#### **4. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan**


Pada pembuatan film bioplastik dengan penambahan sorbitol dan kitosan dilakukan perlakuan yang sama dengan film bioplastik dengan penambahan sorbitol dan film dengan penambahan kitosan. Variasi ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan tarik dan persen pemanjangan dari film bioplastik itu sendiri, dimana menurut Putera (2012), molekul selulosa membentuk rantai panjang *linear* dan memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan hidrogen intra dan inter molekul. Ikatan hidrogen sendiri dapat berasal dari kitosan maupun sorbitol dan sangat mempengaruhi kekuatan tarik dan persen pemanjangan film bioplastik.

Hasil yang diperoleh film bioplastik sedikit kaku tetapi fleksibel, warna coklat kekuningan, bisa dilepas dari cetakan secara utuh dan permukaan agak licin. Hasil ini apabila dibandingkan dengan penelitian Sumartono (2015), memiliki kemiripan yaitu fleksibel dan dapat dilepaskan secara utuh, tetapi warna dari film bioplastik terdapat perbedaan karena pada penelitian tersebut ditambahkan pemutih sehingga filmnya berwarna putih.

#### **5. Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan**

##### **a. Hasil Uji Kuat Tarik**

Uji mekanik juga dilakukan untuk mengukur kekuatan tarik pada saat ketiga sampel diberi beban. Adapun hasil kuat tarik ketiga bioplastik ditunjukkan pada gambar 4.12 di bawah ini:

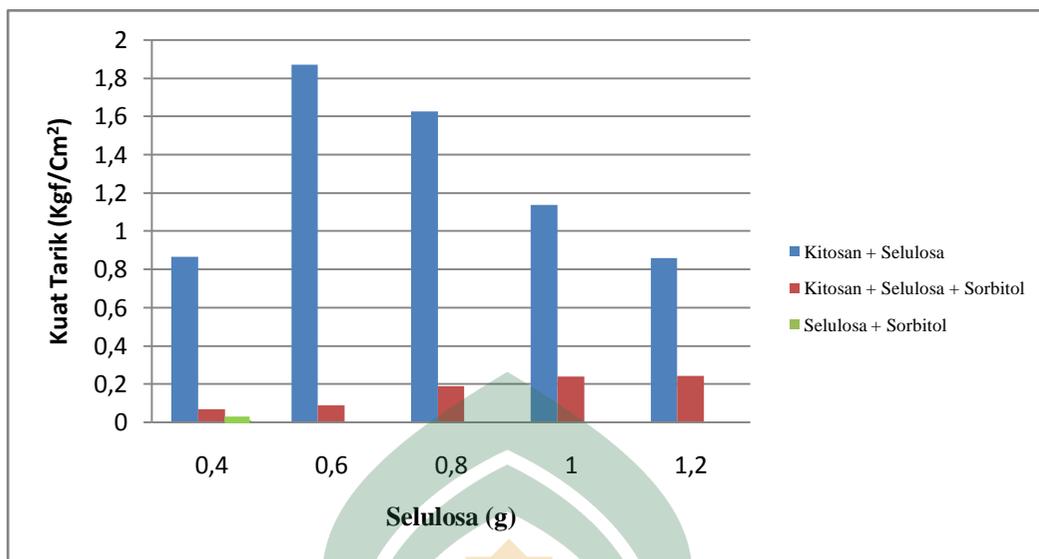

**Gambar 4.12 Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Kekuatan Tarik**

Pada gambar 4.12 menunjukkan bahwa bioplastik dari selulosa dengan penambahan kitosan dan sorbitol sangat mempengaruhi nilai kuat tarik. Gugus fungsional rantai selulosa adalah gugus hidroksil yang dapat berinteraksi dengan gugus  $-O$  dan  $-N$ , membentuk ikatan hidrogen dimana ikatan hidrogen lebih panjang dari ikatan kovalen tetapi ikatannya lebih lemah. Semakin banyak ikatan hidrogen yang terbentuk menyebabkan rantai semakin panjang. Oleh karena itu, pada penambahan kitosan dan sorbitol terjadi interaksi antar ikatan hidrogen pada selulosa, kitosan dan sorbitol.

Pada gambar terlihat konsentrasi selulosa 0,4 g dengan penambahan sorbitol kuat tariknya sebesar 0,009 Kg/cm<sup>2</sup>, hanya terdapat satu film bioplastik dengan penambahan sorbitol yang dapat diuji kekuatan tariknya, dikarenakan sorbitol bukan merupakan perekat yang baik melainkan sebagai plastisizer untuk memberikan keelastisan pada film bioplastik. Selain itu, semakin besar konsentrasi selulosa mengakibatkan film tidak akan terbentuk, karena tidak ada

lagi OH bebas pada sorbitol untuk berikatan dengan selulosa, sehingga membentuk rantai polimer bioplastik.

Pada selulosa dengan penambahan kitosan kekuatan tarik konsentrasi 0,4 g sebesar 0,867 Kgf/cm<sup>2</sup> dan mengalami peningkatan 0,6 g dengan kuat tarik 1,868 Kgf/cm<sup>2</sup>, peningkatan juga terjadi pada selulosa konsentrasi 0,8 g sebesar 1,625 Kgf/cm<sup>2</sup>. Kenaikan uji kuat tarik pada ketiga konsentrasi ini, disebabkan oleh semakin banyak OH bebas pada selulosa yang berikatan dengan kitosan. Kemudian mengalami penurunan pada konsentrasi selulosa 1,0 sebesar 1,136 Kgf/cm<sup>2</sup> dan terus menurun pada konsentrasi 1,2 g sebesar 0,858 Kgf/cm<sup>2</sup>. Penurunan uji kuat tarik pada kedua konsentrasi ini, disebabkan oleh OH bebas pada selulosa yang semakin banyak tetapi tidak tersedia lagi OH bebas pada kitosan untuk berikatan dengan selulosa, sehingga OH bebas tadi akan tetap berdiri sendiri dengan molekulnya.


Pada selulosa dengan penambahan kitosan dan sorbitol, kekuatan tarik konsentrasi 0,4 g sebesar 0,071 Kgf/cm<sup>2</sup> dan mengalami peningkatan 0,6 g dengan kuat tarik 0,089 Kgf/cm<sup>2</sup>. Peningkatan terus terjadi pada selulosa konsentrasi 0,8 g, 1,0 g dan 1,2 g sebesar 0,191 Kgf/cm<sup>2</sup>, 0,241 Kgf/cm<sup>2</sup> dan 0,245 Kgf/cm<sup>2</sup>. Kenaikan uji kuat tarik pada kelima konsentrasi ini, disebabkan oleh semakin banyak OH bebas pada selulosa yang berikatan dengan kitosan. Pada selulosa dengan penambahan kitosan dan sorbitol, kuat tarik yang dihasilkan semakin meningkat, hal ini disebabkan karena selain OH bebas dari kitosan terdapat juga OH bebas dari sorbitol yang akan berikatan dengan selulosa. Sorbitol juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kuat tarik dari film bioplastik.

Kuat tarik menurut standar plastik biodegradabel yaitu sebesar 10-100 MPa, sedangkan kuat tarik tertinggi yang diperoleh yaitu 1,868 Kgf/cm<sup>2</sup>. Artinya

film bioplastik yang diperoleh belum memenuhi standar kualitas film bioplastik. Hasil yang diperoleh juga berbeda jauh dengan hasil pada penelitian Sumartono (2015), kuat tariknya sebesar  $14,27 \text{ Kg/cm}^2$  dari bahan utama selulosa dan pada penelitian Purwanti (2010) kuat tariknya sebesar  $3,94 \text{ MPa}$ , dari plastisizer sorbitol. Kekuatan tarik yang rendah diakibatkan oleh lemahnya interaksi antara kitosan dan selulosa.

#### b. Hasil Uji Persen Pemanjangan

Uji mekanik dilakukan untuk mengukur persen pemanjangan dari ketiga sampel bioplastik sampai mengalami pemutusan. Adapun hasil persen pemanjangan ketiga bioplastik ditunjukkan pada gambar 4.13 di bawah ini:

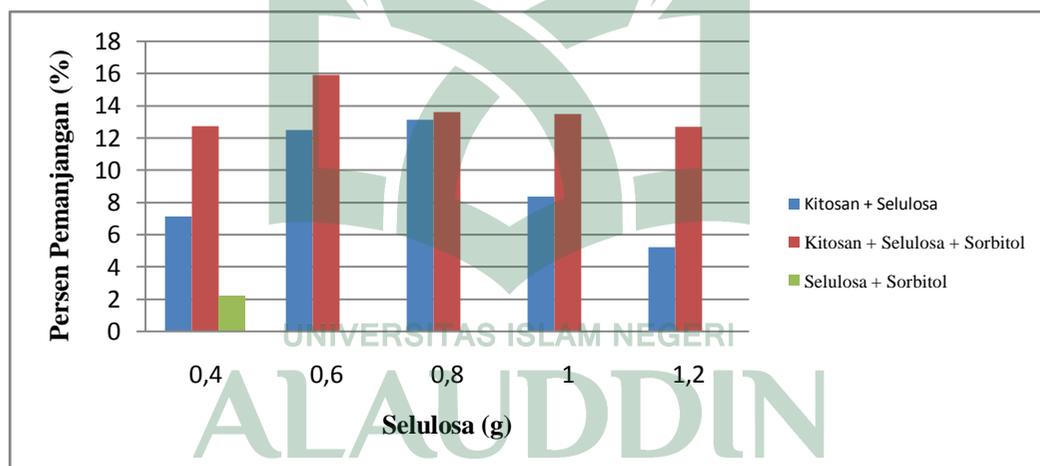

Gambar 4.13 Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Persen Pemanjangan

Pada gambar 4.13 menunjukkan bahwa nilai persen pemanjangan terus mengalami peningkatan baik pada selulosa dengan penambahan kitosan maupun selulosa dengan penambahan kitosan dan sorbitol. Pada gambar terlihat konsentrasi selulosa 0,4 g dengan penambahan sorbitol persen pemanjangan sebesar 2,22 %, hanya terdapat satu film bioplastik dengan penambahan sorbitol yang dapat diuji persen pemanjangannya, dikarenakan tidak adanya rantai ikatan

antara biopolimer untuk dapat berinteraksi dengan membentuk ikatan hidrogen. Selain itu, semakin besar konsentrasi selulosa mengakibatkan film tidak akan terbentuk, karena tidak ada lagi OH bebas pada sorbitol untuk berikatan dengan selulosa dalam membentuk rantai polimer sehingga membentuk bioplastik.

Pada selulosa dengan penambahan kitosan persen pemanjangan konsentrasi 0,4 g sebesar 7,13 % dan mengalami peningkatan terus pada konsentrasi 0,6 g dengan persen pemanjangan 12,46 %, peningkatan juga terjadi pada selulosa konsentrasi 0,8 g sebesar 13,11 %. Kenaikan uji persen pemanjangan pada ketiga konsentrasi ini, disebabkan semakin banyak OH bebas pada selulosa yang berikatan dengan kitosan. Kemudian mengalami penurunan pada konsentrasi selulosa 1,0 sebesar 8,35 % dan terus menurun pada konsentrasi 1,2 g sebesar 5,19 %. Penurunan persen pemanjangan pada kedua konsentrasi ini, disebabkan oleh jarak antar ikatan molekulernya semakin meningkat, diikuti titik jenuh dari kitosan yang telah terlampaui.


Pada selulosa dengan penambahan kitosan dan sorbitol kekuatan tarik konsentrasi 0,4 g sebesar 12,73 % dan mengalami peningkatan 0,6 g dengan persen pemanjangan 15,90 %. Kenaikan uji persen pemanjangan pada ketiga konsentrasi ini, disebabkan semakin banyak OH bebas pada selulosa yang berikatan dengan sorbitol serta sebaliknya. Kemudian mengalami penurunan pada konsentrasi selulosa 0,8 g sebesar 13,57 % dan terus menurun pada konsentrasi 1,0 g dan 1,2 g sebesar 13,46 % dan 12,66 %. Penurunan persen pemanjangan disebabkan menurunnya fleksibilitas biopolimer akibat menurunnya ikatan hidrogen yang dapat diputuskan oleh sorbitol.

Konsentrasi optimum yang didapatkan pada film bioplastik adalah 15,90 %, dalam standar internasional film bioplastik yang dihasilkan telah


berhasil mencapai persen pemanjangan dari plastik PLA jepang yaitu 9 %. Hasil yang diperoleh juga memiliki kemiripan dengan hasil pada penelitian Sumartono (2015), persen pemanjangannya sebesar 12 % dari bahan utama selulosa dan pada penelitian Purwanti (2010) sebesar 16,6 % dari plastisizer sorbitol. Artinya apabila dibandingkan dengan penelitian Sumartono (2015), persen pemanjangan yang dihasilkan telah mengalami peningkatan yang cukup besar, tetapi belum mencapai penelitian Purnawanti (2010).

#### 6. Karakterisasi gugus fungsi menggunakan FTIR

Analisis FTIR dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil dari proses pembuatan film bioplastik memiliki gugus fungsi khas bioplastik. Berikut ini adalah hasil identifikasi FTIR film bioplastik.

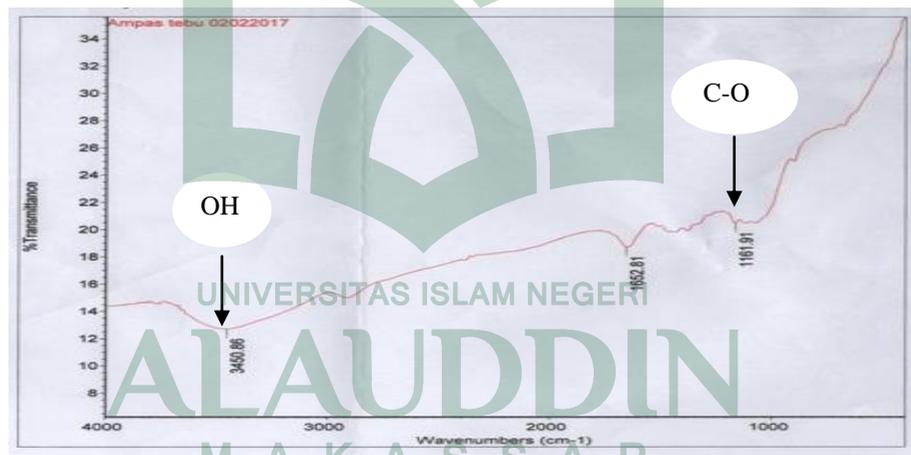

Gambar 4.14 Spektrum FTIR Selulosa Ampas Tebu

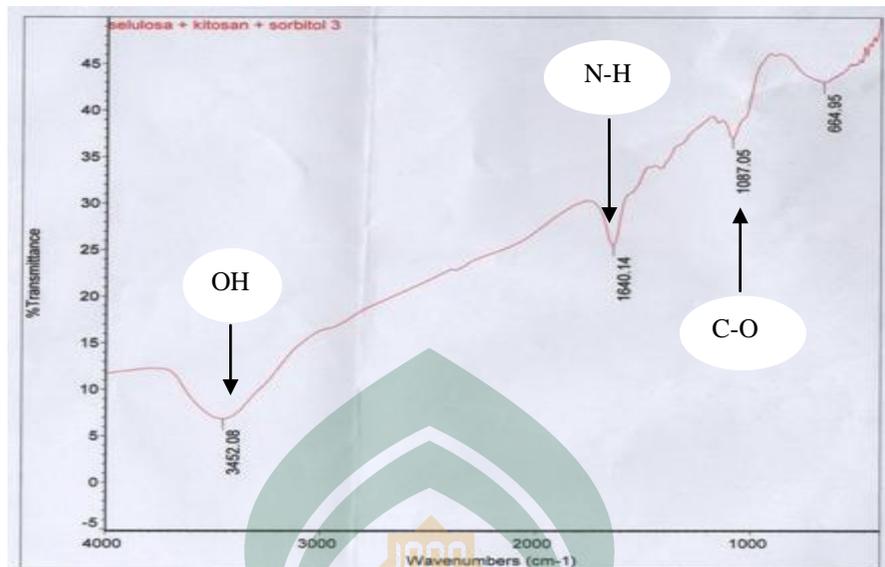

**Gambar 4.15 Spektrum FTIR Selulosa Ampas Tebu + Kitosan + Sorbitol**

Pada gambar 4.14, selulosa ampas tebu memiliki serapan pada daerah  $3450,86 \text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan gugus  $\text{-OH}$ , diperkuat dengan daerah  $1161,91 \text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan gugus  $\text{C-O}$ . Pada gambar 4.15, gugus  $\text{O-H}$  (gugus alkohol) ditunjukkan pada puncak  $3452,08 \text{ cm}^{-1}$  dan terdapat gugus  $\text{N-H}$  pada daerah serapan  $1640,14 \text{ cm}^{-1}$ . Selain itu, terdapat gugus  $\text{C-O}$  pada puncak  $1087,05 \text{ cm}^{-1}$ . Artinya, film bioplastik merupakan film dengan metode pencampuran fisik, dimana pada setiap pencampuran tidak terdapat gugus fungsi baru terbentuk, tetapi intensitas serapan berbeda-beda. Hal tersebut jelas terlihat pada serapan selulosa + sorbitol, selulosa + kitosan dan selulosa + sorbitol + kitosan, dimana penambahan kitosan mengakibatkan intensitas nilai serapan meningkat karena ikatan hidrogen yang terbentuk semakin banyak dan akan menurun akibat adanya penambahan sorbitol, sehingga mengurangi ikatan hidrogennya. Selain itu gugus  $\text{-OH}$  muncul pada daerah serapan  $3452,08 \text{ cm}^{-1}$  membuktikan bahwa film bioplastik dapat terurai oleh aktifitas mikroorganisme dalam tanah.

Hasil karakterisasi FTIR yang diperoleh memiliki kemiripan dengan penelitian Sumartono (2015), dimana muncul O-H pada panjang gelombang  $3335,06\text{ cm}^{-1}$ , N-H pada  $1547,87\text{ cm}^{-1}$  dan C-O pada  $1020,73\text{ cm}^{-1}$ . Selain itu, hasil karakterisasi didukung pula oleh penelitian Pratiwi (2016), dimana terdapat O-H pada panjang gelombang  $3419,34\text{ cm}^{-1}$  dan C-O pada  $1400,81\text{ cm}^{-1}$ . Gugus C-O pada Film bioplastik merupakan gugus C-O-C (Sastrohamidjojo, 1992), yang menunjukkan adanya ikatan glikosidik pada selulosa.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an tentang sikap ramah lingkungan yang dianjurkan oleh agama Islam kepada manusia agar manusia menjadi prilaku aktif dalam mengelolah lingkungan serta melestarikannya, yang jelas tergambarkan dalam QS. ar-Ruum ayat/30:9.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا  
 الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Konsentrasi optimum selulosa ampas tebu dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol yaitu pada konsentrasi selulosa 2 % (b/v) dengan persen pemanjangan 15,90 % dan kekuatan tarik 0,089 Kgf/cm<sup>2</sup>.
2. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa terdapat gugus fungsi -OH, -NH dan C-O-C pada film bioplastik.

#### ***B. Saran***

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu, dilakukan juga penentuan berat jenis untuk film bioplastik agar dapat diketahui berat jenisnya, berat jenis sendiri merupakan salah satu karakteristik penting dari film bioplastik.




## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Al Karim.
- Abdullah, Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Anita, dkk. "Pengaruh Penambahan Gliserol Terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradasi dari Pati Kulit Singkong". *Jurnal Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 37-41.
- Ardiansyah, Ryan. "Pemanfaatan Pati Umbi Garut Untuk Pembuatan Plastik *Biodegradable*". *Skripsi*, Fakultas Teknik Departemen Teknik Kimia Universitas Indonesia. Depok: 2011.
- Averous, L. "*Plasticized Starch-cellulosa Interactions In Polysaccharide Composites*". *Polymer* 42 (2001): h. 6565-6572.
- Bresnick, Stephen. *The Essence of Organic Chemistry*. terj. Hadian Kotong. Inti Sari Kimia Organik. Jakarta: Hipokrates, 2003.
- Coniwanti, dkk. "Pembuatan Film Plastik *Biodegradable* dari Pati Jagung dengan Penambahan Kitosan dan Pemplastis Gliserol". *Jurnal Teknik Kimia* 20, no. 4 (2014): h. 22-30.
- Darliah, Yani. "Produksi Xilosa dari Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) dengan Hidrolisis Asam Klorida". *Skripsi*, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor: 2008.
- Efendy, Ach. Haris dan Qorry, Dinnia Fatma. "Biopolimer Berbasis Kulit Buah Coklat". *Koentil* (2013): h. 1-19.
- Erfan, Ahmad. "Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar Menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Kitosan". *Skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bogor: 2012.
- Habibah, dkk. "Penentuan Berat Molekul dan Derajat Polimerisasi  $\alpha$  – Selulosa yang Berasal dari Alang-alang (*Imperata cylindrica*) dengan Metode Viskositas". *Jurnal Sainia Kimia* 1, no. 2 (2013): 1-6.
- Hargono, dkk. "Pembuatan Kitosan dari Limbah Cangkang Udang serta Aplikasinya dalam Mereduksi Kolesterol Lemak Kambing". *Reaktor* 12, no. 1 (2008): h. 53-57.
- Harjanti, Ratna Sri. "Kitosan dari Limbah Udang sebagai Bahan Pengawet Ayam Goreng". *Jurnal Rekayasa Proses* 8, no. 1 (2014): h. 12-19.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2016).


- Kristiani, Maria. "Pengaruh Penambahan Kitosan dan Plastisizer Sorbitol terhadap Sifat Fisiko- Kimia Bioplastik dari Pati Biji Durian (*Durio zibethinus*)". *Skripsi*, Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Medan: 2015.
- Monariqsa, dkk. "Ekstraksi Selulosa dari Kayu Gelam (*Melaleuca Leucadendron* Linn) dan Kayu Serbuk Industri Mebel". *Jurnal Penelitian Sains* 15, no. 3 (2012): h. 96-101.
- Nasution, Reni Silvia. "Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik". *Journal Of Islamic Science and Technology* 1, no.1 (2015): h. 97-104.
- Nosya, Muhammad Andri. "Pembuatan Mikrokrystal Selulosa dari Tandan Kosong Kelapa Sawit". *Skripsi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Bandar Lampung: 2016.
- Nugroho, Adityo Fajar. "Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar Menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Clay". *Skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bogor: 2012.
- Nurul, Tazkiya. "Pengaruh Konsentrasi NaOH pada Karakterisasi alfa-Selulosa dari Tandan Kosong Sawit (TKS)". *Skripsi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Bandar Lampung: 2016.
- Pratiwi, dkk. "Pemanfaatan Selulosa dari Limbah Jerami Padi (*Oryza sativa*) sebagai Bahan Bioplastik". *IJPST* 3, no. 3 (2016): h. 83-91.
- Purwanti, Ani. "Analisis Kuat Tarik dan Elongasi Plastik Terplastisasi Sorbitol". *Jurnal Teknologi* 3, no. 2 (2010): h. 99-106.
- Putera, Rizky Dirga Harya. "Ekstraksi Serat Selulosa dari Tanaman Eceng Gondok (*Eichornia Crassipes*) dengan Variasi Pelarut". *Skripsi*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bogor: 2012.
- Putri, Sri Lesmana. "Pembuatan Bioplastik dari Pati Singkong (*Manihot esculenta* Crantz) dengan Menggunakan Gliserol dan Polivinil Alkohol (PVA)". *Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* (2016).
- Radhiyatullah, dkk. "Pengaruh Berat Pati dan Volume *Plasticizer* Gliserol Terhadap Karakteristik Film Bioplastik Pati Kentang". *Jurnal Teknik Kimia* 4, no. 3 (2015): h. 35-39.
- Rosentrater, dkk. "Considerations For Manufacturing Bio-based Plastic Products". *Journal Of Polymers and The Environment* 14 (2006): h. 335-346.
- Sastrohamidjojo, Dr. Hardjono. *Spektroskopi Inframerah*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.
- Setiani, dkk. "Preparasi dan Karakterisasi *Edible Film* dari Poliblend Pati Sukun-Kitosan". *Valensi* 3, no. 2 (2013): h. 100-109.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sianturi, dkk. "Pengembangan Kemasan Aktif Berbahan Dasar Kitosan dengan Penambahan Ekstrak Bawang Putih". *Skripsi*, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor: 2011.
- Siracusa, dkk. "Biodegradable Polymers For Food Packaging: a Review". *Trends Food Sci. Technol* 19 (2008): h. 634-643.
- Soesilo, dkk. "Peranan Sorbitol dalam Mempertahankan Kestabilan pH Saliva pada Proses Pencegahan Karies". *Maj. Ked. Gigi (Dent. J.)* 38, no. 1 (2005): 25-28.
- Suka, Irwan Ginting. "Kopolimerisasi Cangkok (*Graft Copolymerization*) N-Isopropilakrilamida pada Film Selulosa yang Diinduksi Oleh Sinar Ultraviolet dan Karakterisasinya". *Makara, Sains* 14, no. 1 (2010): h. 1-6.
- Sumada, dkk. "Kajian Proses Isolasi –Selulosa dari Limbah Batang Tanaman *Manihot Esculenta Crantz* yang Efisien". *Jurnal Teknik Kimia* 5, no. 2 (2011): h. 434-438.
- Sumartono, dkk. "Sintesis dan Karakterisasi Bioplastik Berbasis Alang-Alang (*Imperata Cylindrica* (L.) dengan Penambahan Kitosan, Gliserol dan Asam Oleat)". *Pelita* 10, no. 2 (2015): h. 13-25.
- Suwarto, dkk. *Top 15 Tanaman Perkebunan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.
- Wardani dan Kusumawardini. "Pretreatment Ampas Tebu (*Saccharum Oficinarum*) sebagai Bahan Baku Bioetanol Generasi Kedua". *Jurnal Pangan dan Agroindustri* 3, no. 4 (2015): h. 1. 1430-1430-1437.
- Yudo, Hartono dan Sukanto, Jatmiko. "Analisa Teknis Kekuatan Mekanis Material Komposit Berpenguat Serat Ampas Tebu (*Baggase*) Ditinjau dari Kekuatan Tarik dan Impak". *Kapal* 5, no. 2 (2008): h. 95-101.
- Zhong Qiu-Ping dan Wen-Shui Xia. "Physicochemical Properties of Edible and Preservative Films from Chitosan/Cassava Starch/Gelatin Blend Plasticized with Glycerol". *Physicochemical Properties of Chitosan-Based Films, Food Technol. Biotechnol.* 46 (3) (2008): h. 262–269.

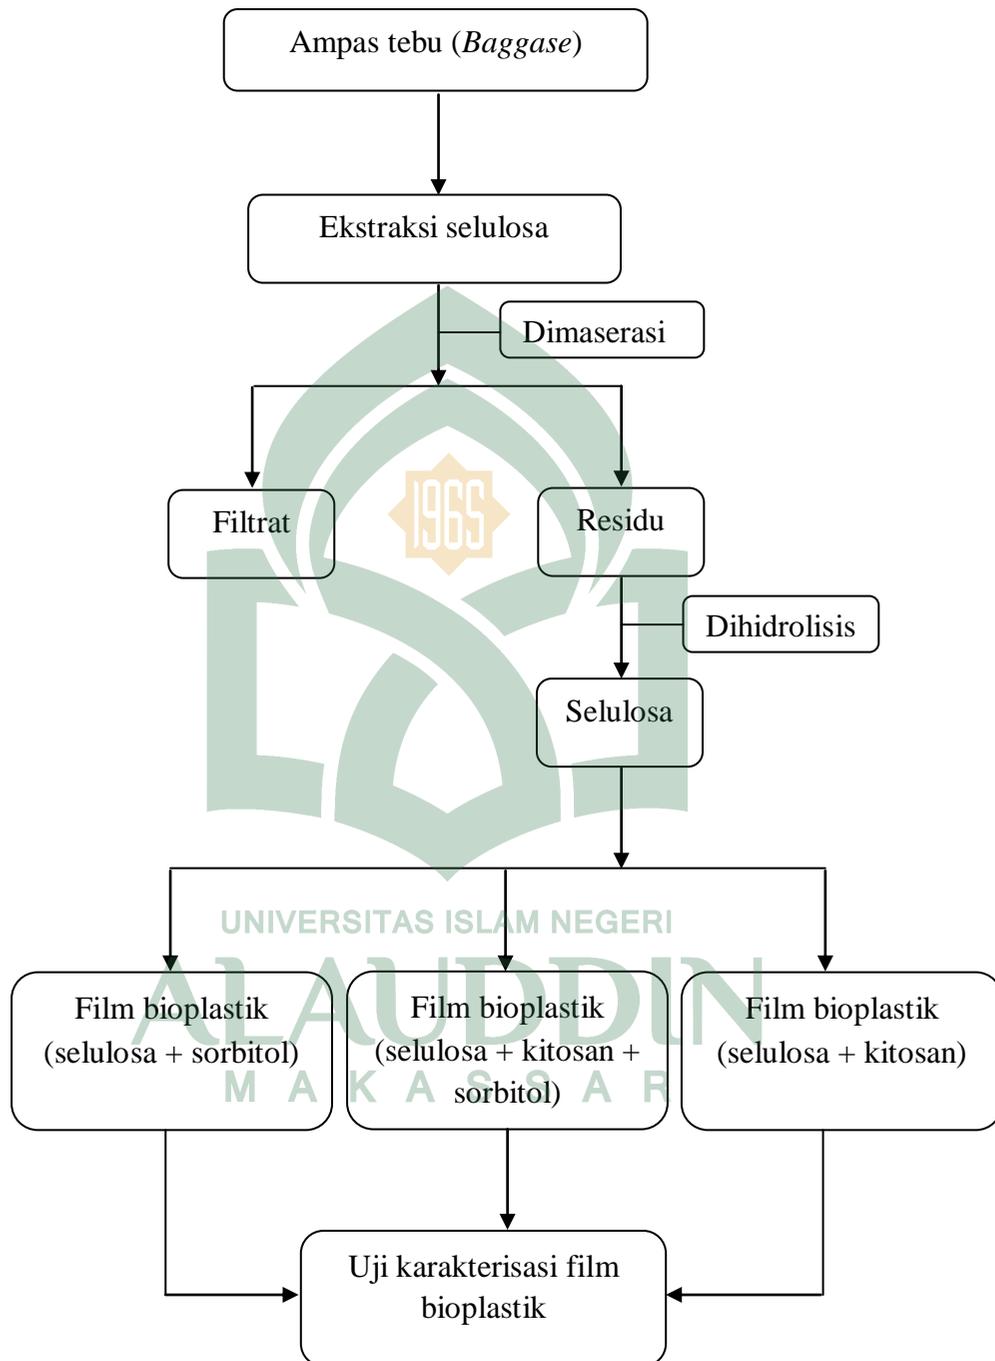**Lampiran 1. Skema Penelitian**


## Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja

### 1. Ekstraksi Selulosa dari Ampas Tebu

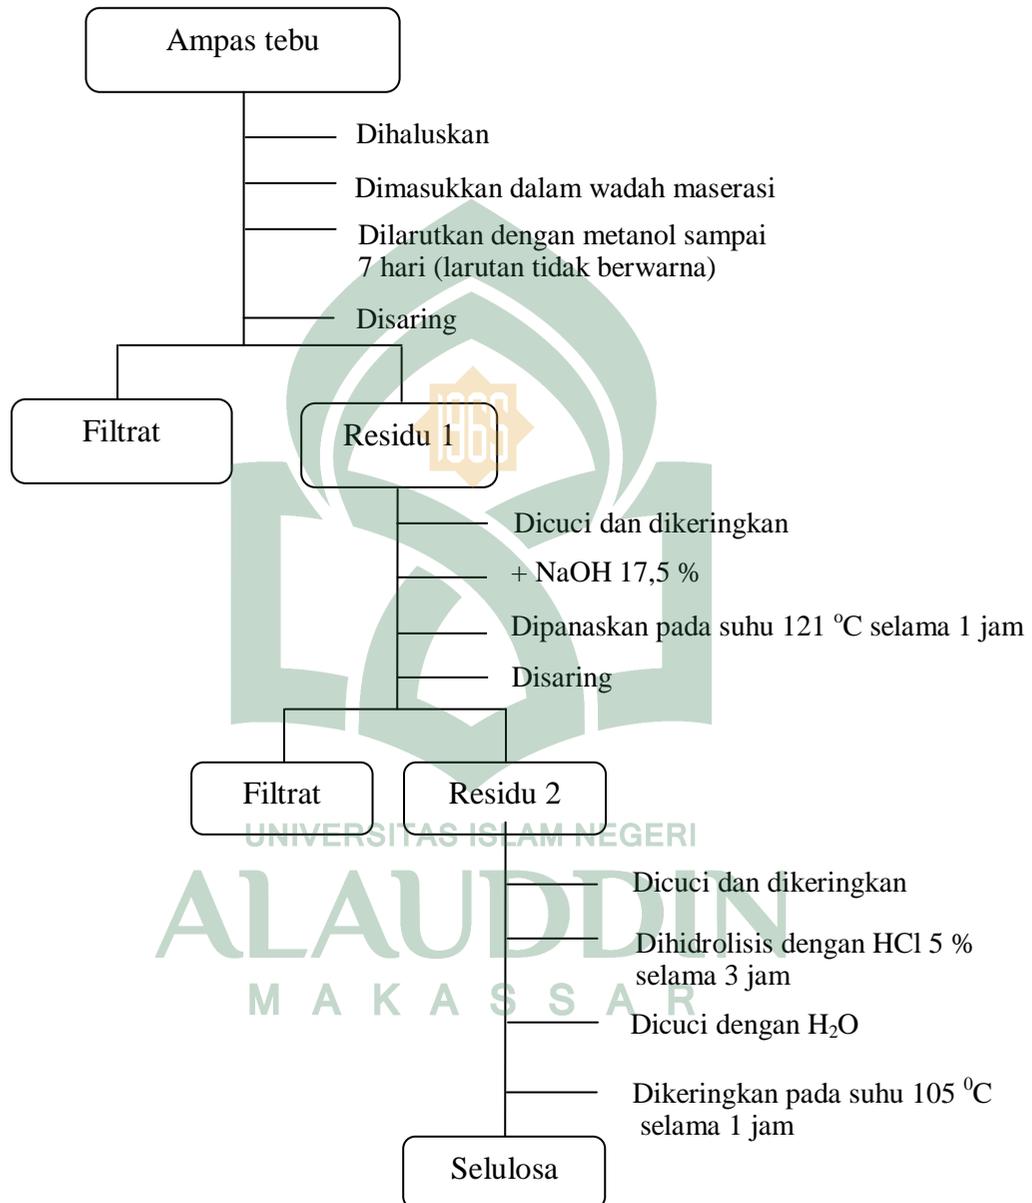





#### 4. Pembuatan Bioplastik dengan Penambahan Kitosan

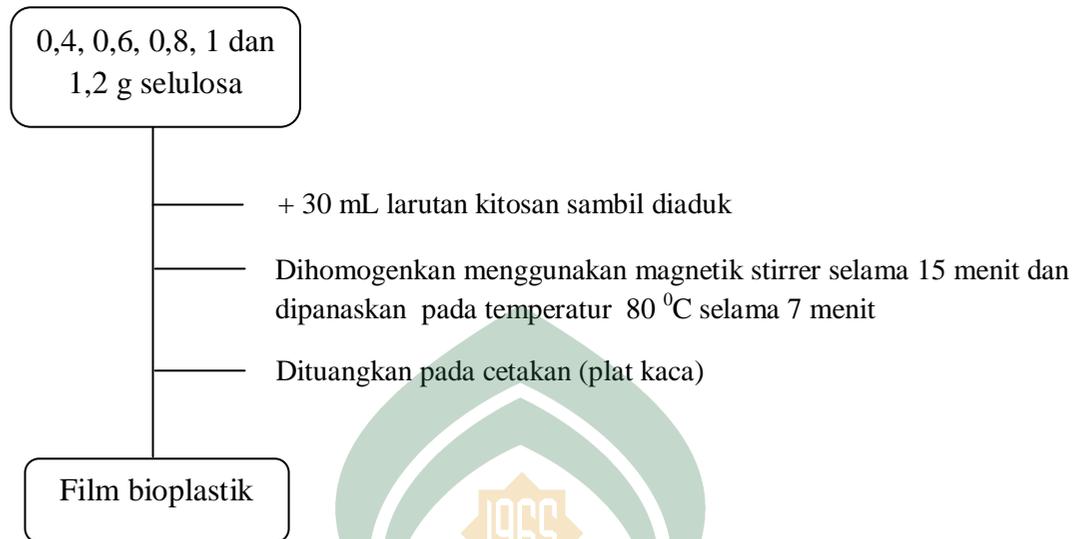


#### 5. Pembuatan Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol

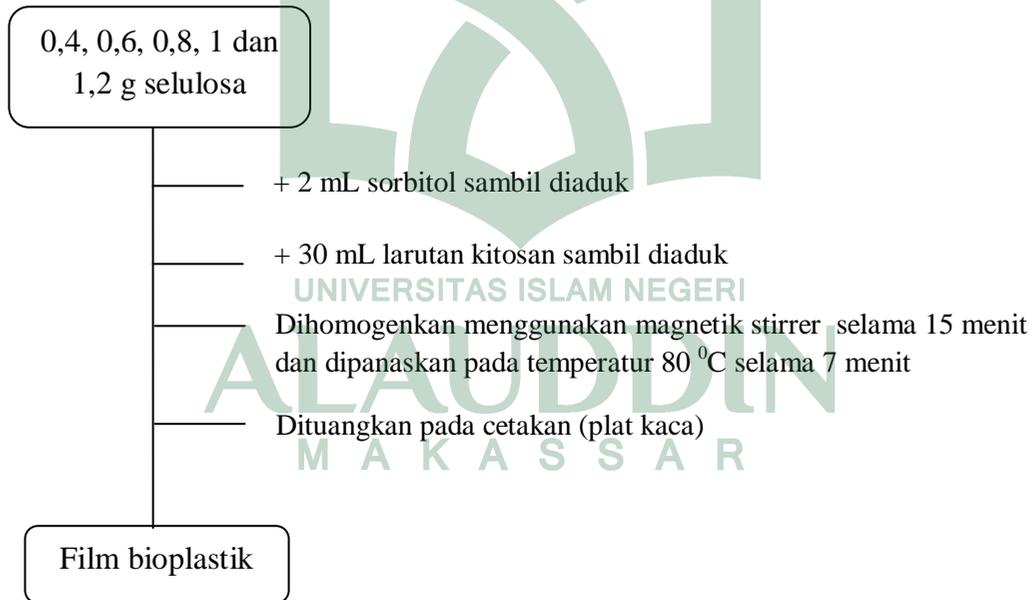

## 6. Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan

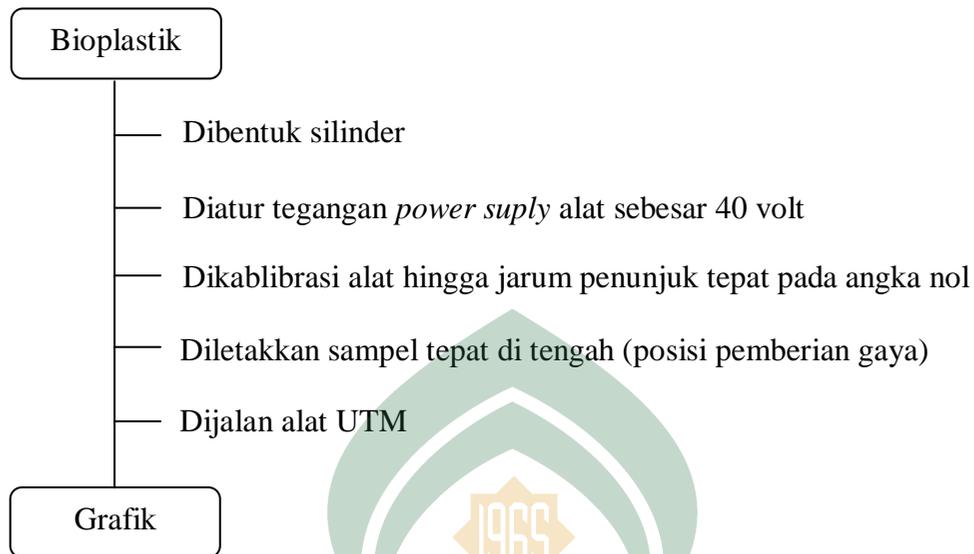

## 7. Uji Gugus Fungsi dengan alat FTIR

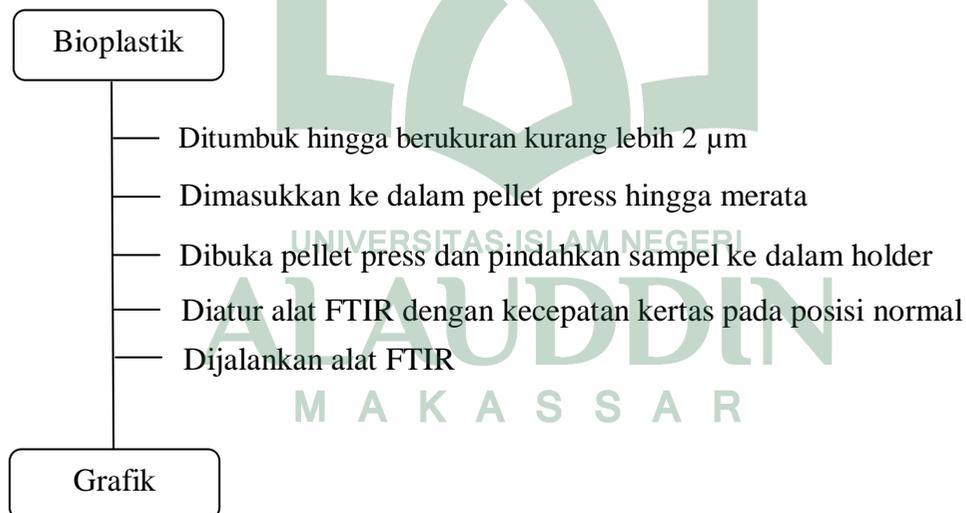







#### Lampiran 4. Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan

##### 1. Selulosa + 2 mL Sorbitol

No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm <sup>2</sup> )
1	0,4	2,22	0,009

##### 2. Selulosa + Kitosan 0,8 g


No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm <sup>2</sup> )
1	0,4	7,13	0,867
2	0,6	12,46	1,868
3	0,8	13,11	1,625
4	1	8,35	1,136
5	1,2	5,19	0,858

##### 3. Selulosa + 2 mL Sorbitol + 0,8 g Kitosan


No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm <sup>2</sup> )
1	0,4	12,73	0,071
2	0,6	15,90	0,089
3	0,8	13,57	0,191
4	1	13,46	0,241
5	1,2	12,66	0,245

## Lampiran 5. Hasil analisis FTIR


### 1. Selulosa Ampas Tebu

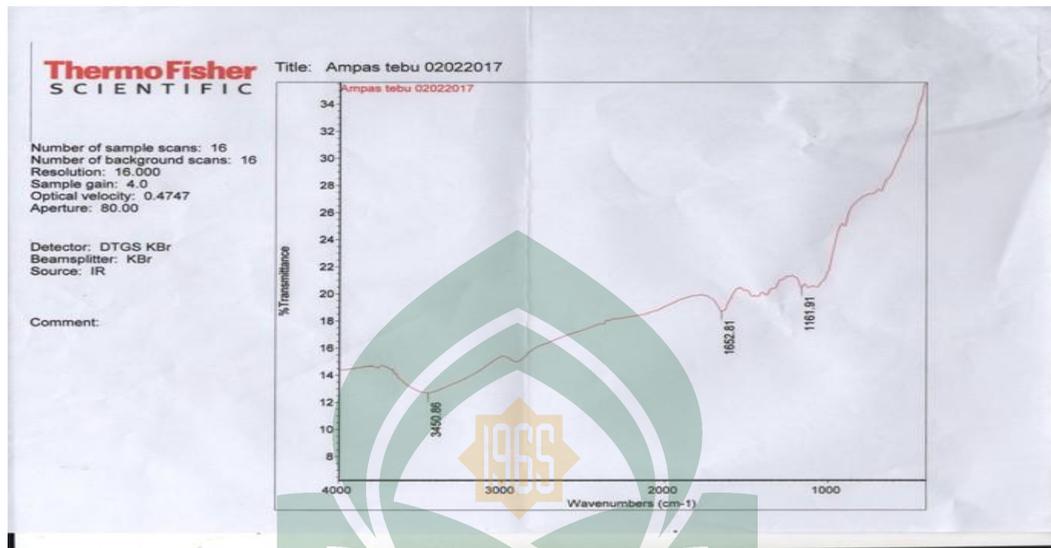


### 2. Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol

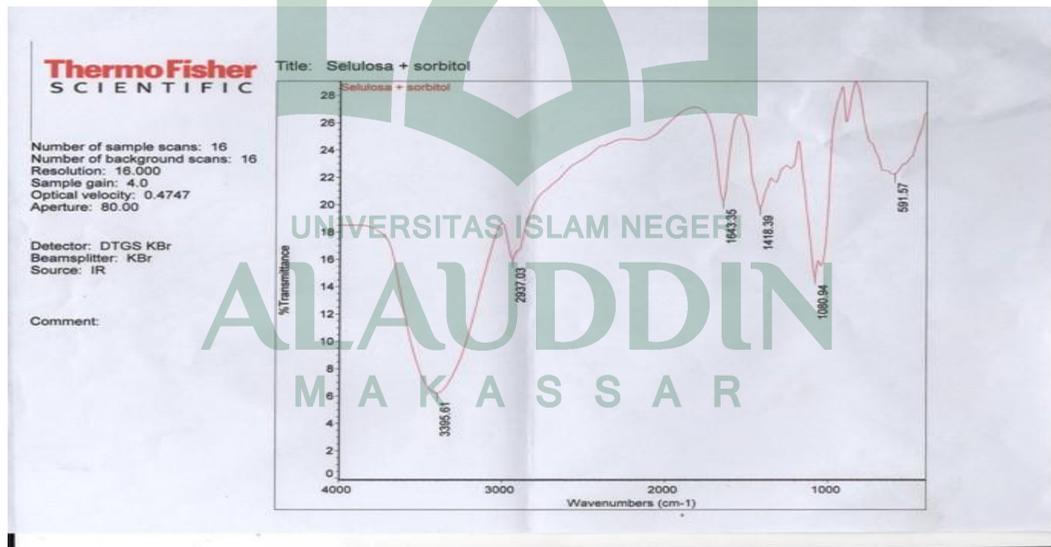

### 3. Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan

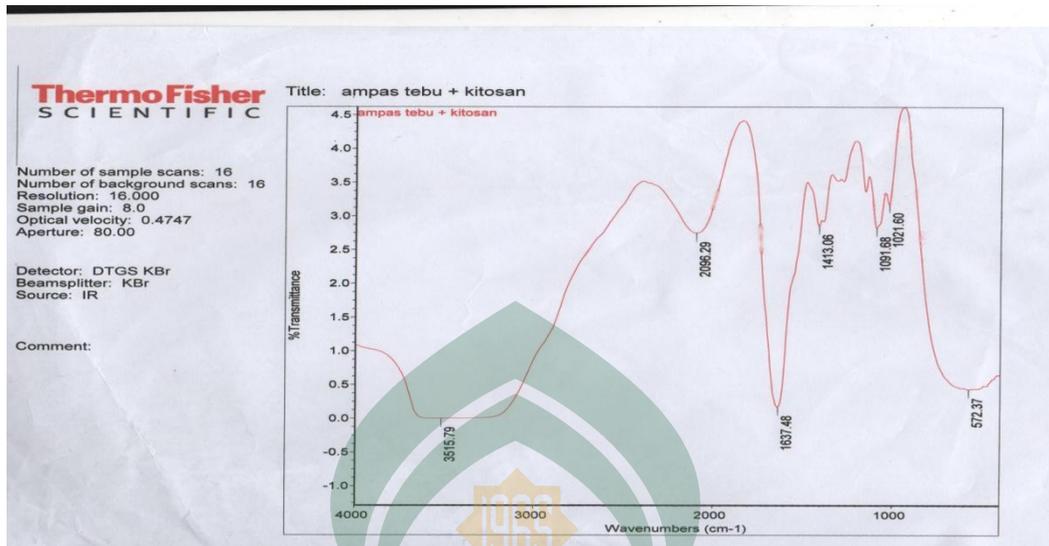

### 4. Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan

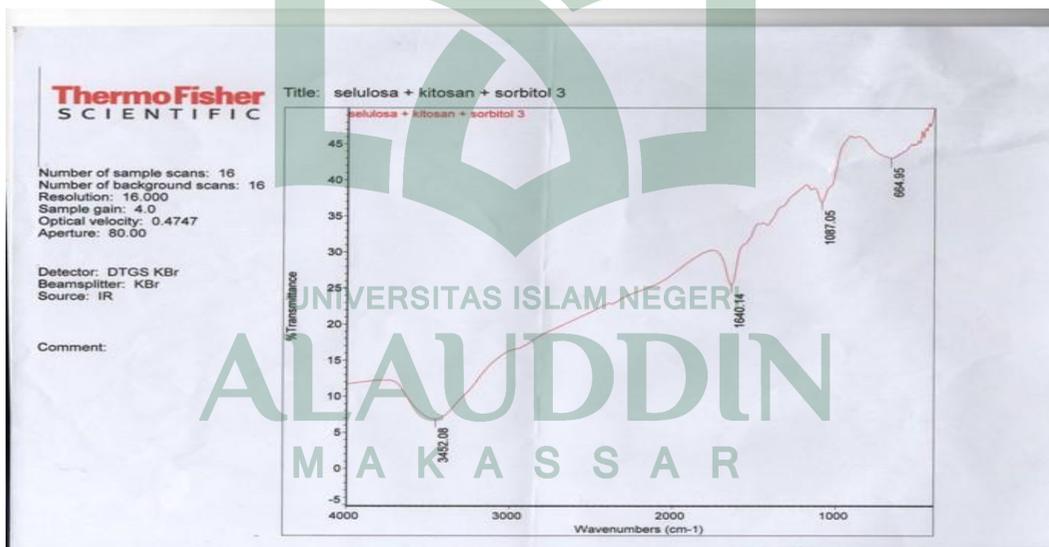

### Lampiran 6. Dokumentasi Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu



Ampas Tebu Kering



Diblender



Diayak pada Mesh 40



Ampas Tebu Hasil Blender



Ampas Tebu Dimaserasi



Disaring dan Dicuci dengan H<sub>2</sub>O



Disaring dan Dicuci dengan H<sub>2</sub>O




Didelignifikasi



Dihidrolisis



Disaring dan Dicuci dengan H<sub>2</sub>O

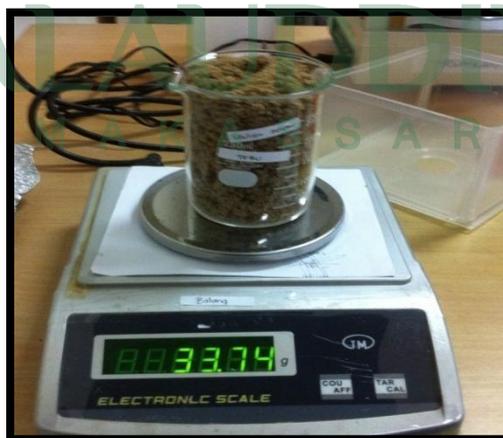

Selulosa Ampas Tebu



**Lampiran 7. Dokumentasi Variasi Selulosa Ampas Tebu**

Selulosa 0,4 g



Selulosa 0,6 g




Selulosa 1 g



Selulosa 0,8 g



Selulosa 1,2 g

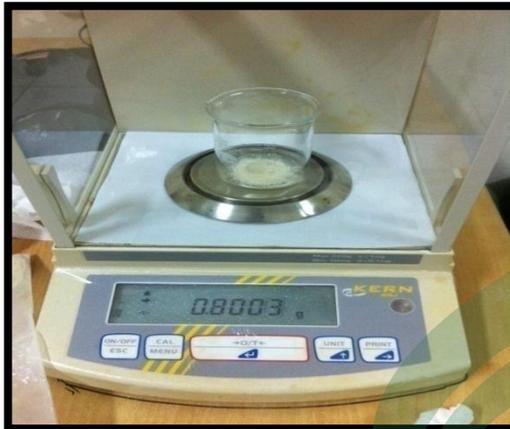**Lampiran 8. Dokumentasi Pembuatan Film Bioplastik**

Kitosan Ditimbang

Dilarutkan dalam CH<sub>3</sub>COOH

Larutan Kitosan



Diultrasonik



Selulosa



Selulosa Ditambah Sorbitol



Selulosa Ditambah Sorbitol dan Kitosan



Dihomogenkan




Dioven




Dicetak

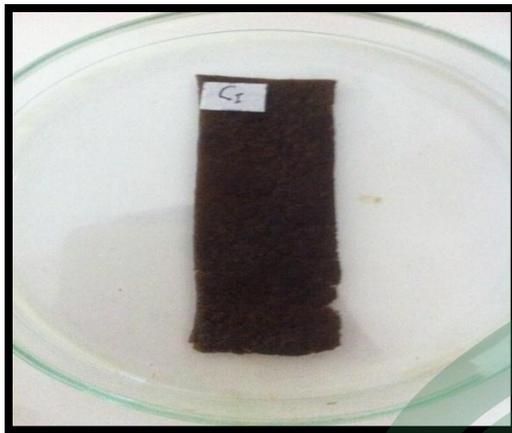

**Lampiran 9. Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol**


Film Bioplastik Selulosa 0,4 g

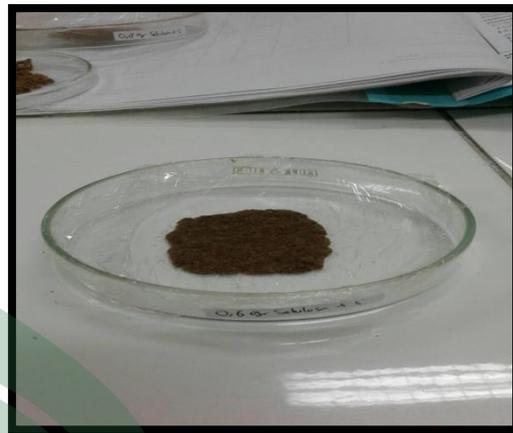

Film Bioplastik Selulosa 0,6 g



Film Bioplastik Selulosa 0,8 g

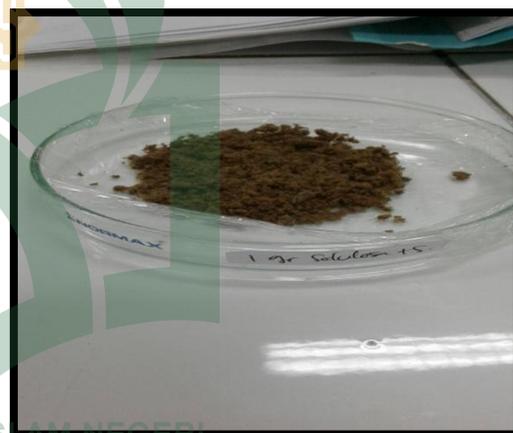

Film Bioplastik Selulosa 1 g



Film Bioplastik Selulosa 1,2 g

**Lampiran 10. Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan**

Film Bioplastik Selulosa 0,4 g



Film Bioplastik Selulosa 0,6 g



Film Bioplastik Selulosa 0,8 g




Film Bioplastik Selulosa 1 g



Film Bioplastik Selulosa 1,2 g

**Lampiran 11. Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol**

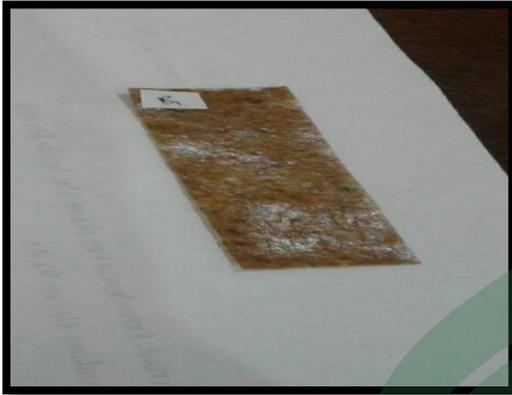

Film Bioplastik Selulosa 0,4 g



Film Bioplastik Selulosa 0,6 g



Film Bioplastik Selulosa 0,8 g



Film Bioplastik Selulosa 1 g



Film Bioplastik Selulosa 1,2 g

### Lampiran 12. Dokumentasi Karakterisasi Film Bioplastik Menggunakan FTIR



Film Bioplastik Ditambahkan KBr



Film Bioplastik Dibuat Pelet



Dianalisis Menggunakan  
FTIR



Film Bioplastik Dimasukkan  
Ke dalam FTIR

## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi berjudul “**Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Ampas Tebu (*Baggase*) Dalam Pembuatan Film Bioplastik**” bernama lengkap Moh. Ikhsanuddin DG Munir, lahir di Sulawesi Utara kabupaten Bolaang Mongondow, kecamatan Lolak tepatnya di Solog, 31 Oktober 1996. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara pasangan suami istri Bapak ABD. Munir DG Maulana dan Ibu Kurniati. Penulis memulai pendidikan formal tahun 2001 di SDN Diat dan pindah ke MIN Ngalipaeng hingga lulus pada tahun 2007, MTs N Lolak lulus tahun 2010, MAN Kotamobagu lulus tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S1-nya tahun 2013 di UIN Alauddin Makassar melalui jalur SNMPTN dengan mengambil Jurusan Kimia hingga lulus pada tahun 2017 dengan gelar Sarjana Sains (S.Si).