

**PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI KALSIUM TITANAT ( $\text{CaTiO}_3$ ) DARI  
CANGKANG KEONG MAS (*Pomacea canaliculata*) DENGAN CARA  
HIDROTHERMAL**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

**REZKIYANI**  
60500113074

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
M A K A S S A R  
**SAMATA-GOWA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezkiyani  
NIM : 60500113074  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kayuadi, 02 Mei 1996  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Kayuadi Selayar  
Judul : Pembuatan dan Karakterisasi kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) dari Cangkang Keong Mas (*Pomacea canaliculata*) dengan Cara Hidotermal

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Februari 2018

Penyusun



Rezkiyani

---

NIM: 60500113074

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pembuatan dan Karakterisasi Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) dari Cangkang Keong Mas (*Pomacea canaliculata*) dengan Cara Hidrotermal” yang disusun oleh **Rezkiyani, NIM: 60500113074**, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu pada tanggal 7 Februari 2018 bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 07 Februari 2018 M  
21 Jumadil Awal 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	:Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	:Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	:Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Munaqisy II	:Prof.Dr.H. Muh. Ghalib, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	:H. Asri Saleh, S.T., M.Si	(.....)
Pembimbing II	:Suriani, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag  
NIP: 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, zat yang menguasai jiwa dan raga manusia, Salam dan Shalawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi yang mengantarkan kita dari kebudayaan biadab menuju budaya beradab yang diliputi oleh dimensi keilmuan. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Pembuatan dan Karakterisasi Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) dari Cangkang Keong Mas (*Pamacea canaliculata*) dengan Cara Hidrotermal”**, penulis membutuhkan arahan dan masukan dari beberapa pihak sebagai petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya penyusun skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Namun berkat rahmat Allah SWT serta kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusun skripsi ini, oleh karena itu secara mendalam penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Amiruddin dan ibunda Firmawati atas kasih sayang yang tak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan moral selama penulis menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Penulis juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Aisyah S.Si., M.Si, selaku sekretaris Jurusan Kimia Universitas Islam Alauddin Makassar
5. Bapak H. Asri Saleh. ST., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran dari awal proses penelitian sampai akhir penyusunan skripsi.
6. Ibu Suriani, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesedian dan keikhlasan dalam membimbing penulis mulai dari awal proses penelitian sampai akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si, selaku dosen penguji I yang telah membantu memberikan saran dan kritikan yang mendukung dalam melengkapi kekurangan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak prop.Dr.H. Muh. Ghalib, M.Ag selaku dosen penguji Agama yang telah memberikan arahan dalam melengkapi skripsi ini.
9. Para dosen dan staf Jurusan Kimia Universitas Islam Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama saya di bangku kuliah serta membantu dalam hal-hal akademisi.
10. Para laboran Jurusan Kimia Universitas Islam Alauddin Makassar, Kak Awal Ip S.Si., M.Si, Kak Ahmad Yani S.Si., M.Si, Kak Fitri Azis S.Si., S.Pd, Kak Ismawanti, S.Si, Kak Nuraini, S.Si dan yang terkhusus Kak Andi

Nurahma,S.Si yang sangat membantu dan memberikan saran, solusi, tenaga serta materi terhadap masalah-masalah selama proses penelitian.

11. Bapak Heriyanto, selaku staf laboran Science Bulding FMIPA Universitas Hasanuddin yang memberikan bantuan dalam penelitian ini.
12. Sahabat tersayang yang selalu ada dalam suka maupun duka Kartini, Nurul Huda, Irma yang selalu memberikan dukungan dalam hal kebaikan.
13. Teruntuk saudaraku Sakinah, Wiwi Andriani, Ahmad Yandi yang selalu memberikan dukungan dan tak pernah bosan mendengarkan keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini
14. Teman-teman khususnya Kimia angkatan 2013 UINAM yang telah memberikan bantuan fisik dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Makassar, Februari 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**REZKIYANI**  
**60500113074**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv-vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii-ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-5</b>
A. Latar Belakang .....	1-5
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6-23</b>
A. Keong Mas ( <i>Pomacea canaliculata</i> ) .....	6-9
1. Klasifikasi Keong Mas .....	7
2. Ciri Morfologi Keong Mas .....	8
3. Habitat Keong Mas .....	9



B. Metode Hidrotermal.....	9-11
C. Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ).....	11-13
D. Kalsinasi $\text{CaCO}_3$ Menjadi $\text{CaO}$ .....	13-15
E. Titanium.....	15-16
F. Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ).....	16-18
G. <i>X-Ray Fluorescence</i> (XRF).....	18-19
H. <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD).....	20-21
I. <i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM).....	21-23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24-27</b>
A. Waktu dan Tempat.....	24
B. Alat dan Bahan.....	24
1. Alat Penelitian.....	24
2. Bahan Penelitian.....	24
C. Prosedur Kerja.....	25-27
1. Preparasi Cangkang Keong Mas.....	25
2. Pembuatan Serbuk Kalsium Oksida.....	25
3. Analisis Dengan <i>X-Ray Fluorescence</i> (XRF).....	25
4. Pembuatan Kristal.....	26
a. Pembuatan Larutan $\text{TiOCl}_2$ .....	26
b. Pembuatan Larutan $\text{CaCl}_2$ .....	26
c. Sintesis Kristal.....	26
5. karakterisasi.....	27
a. Analisis dengan <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD).....	27
b. Analisis dengan <i>Scanning Electron Microscopy</i> (SEM).....	27

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28-46</b>
A. Hasil penelitian.....	28-33
B. Pembahasan.....	33-46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47-49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50-73</b>
<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>74</b>

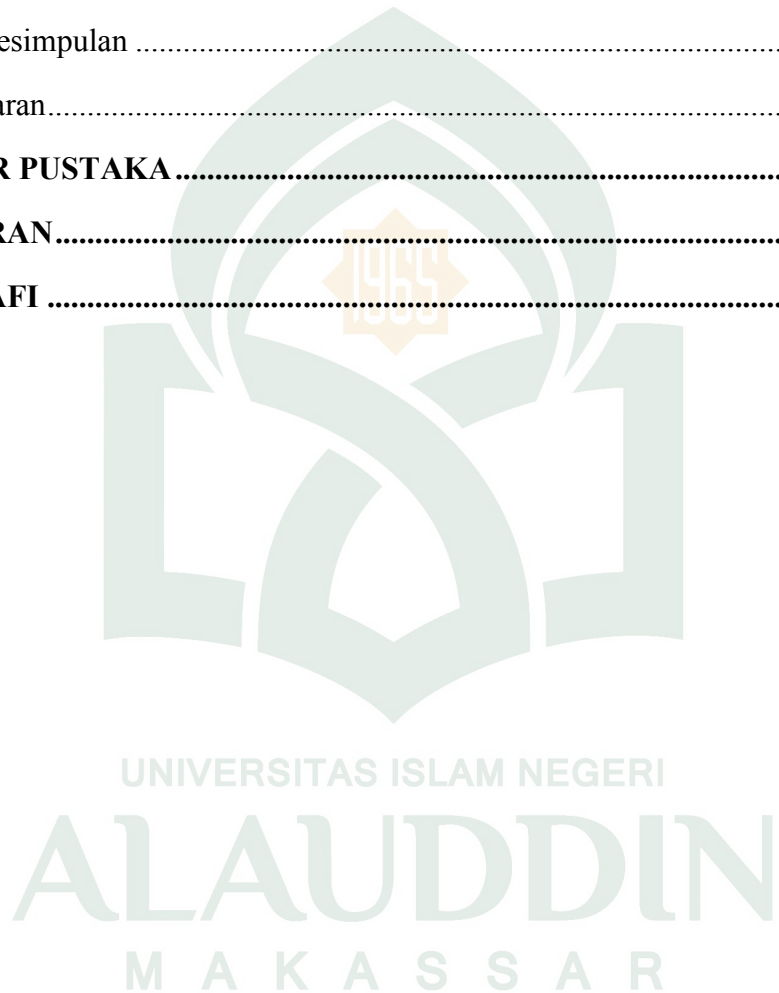

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Komposisi CaO Hasil Kalsinasi Suhu 900 °C .....	28
Tabel 4.2	Komposisi CaO Hasil Kalsinasi Suhu 1000 °C .....	29
Tabel 4.3	Komposisi CaO Hasil Kalsinasi Suhu 1000 °C .....	30
Tabel 4.4	Hasil Analisis <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) Suhu 900 °C .....	31
Tabel 4.5	Hasil Analisis <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) Suhu 1000 °C .....	31
Tabel 4.6	Hasil Analisis <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) Suhu 1100 °C .....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerang Mas ( <i>Pomacea canaliculata</i> ).....	7
Gambar 2.2 Reaktor Hidrotermal.....	10
Gambar 2.3 Serbuk CaCO <sub>3</sub> .....	11
Gambar 2.4 Struktur Kristal <i>Perovskite</i> ABO <sub>3</sub> .....	17
Gambar 2.5 Instrumen <i>X-Ray Fluorescence</i> (XRF).....	19
Gambar 2.6 Komponen-komponen XRD .....	21
Gambar 2.7 Instrumen SEM .....	22
Gambar 4.2 Hasil SEM CaTiO <sub>3</sub> kalsinasi 900 °C.....	33
Gambar 4.3 Hasil SEM CaTiO <sub>3</sub> kalsinasi 1000 °C.....	33
Gambar 4.4 Hasil SEM CaTiO <sub>3</sub> kalsinasi 1100 °C.....	33

## DAFTAR GRAFIK

Gambar IV.1	Grafik Persentase CaO Suhu Kalsinasi 900 °C, 1000 °C dan 1100 °C .....	36
Gambar IV.2	Grafik Hasil Analisis <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) Suhu kalsinasi 900 °C .....	40
Gambar IV.3	Grafik Hasil Analisis <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) Suhu kalsinasi 1000 °C .....	41
Gambar IV.4	Grafik Hasil Analisis <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) Suhu kalsinasi 1100 °C .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Skema Alur Penelitian.....	47
Lampiran II	Skema Kerja.....	48-51
Lampiran III	Pembuatan Larutan.....	52-54
Lampiran IV	Analisis <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD).....	55 -56
Lampiran V	Perhitungan Diameter Ukuran Kristal.....	57-75
Lampiran VI	Dokumentasi Penelitian.....	76-80



## ABSTRAK

**Nama** : Rezkiyani  
**NIM** : 60500113074  
**Judul** : **Pembuatan dan Karakterisasi Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) Dari Cangkang Keong Mas (*Pomacea canaliculata*) Dengan Cara Hidrotermal**

---

Keong mas (*Pomacea canaliculata*) merupakan spesies yang distribusinya sangat luas, masyarakat menganggap spesies ini sebagai hama tanaman padi. Saat ini keong mas masih merupakan ancaman bagi para petani yang mengandung  $\text{CaCO}_3$  yang terdekomposisi menjadi  $\text{CaO}$  (92,29%). Oleh karena itu  $\text{CaO}$  di manfaatkan sebagai prekursor dalam pembuatan  $\text{CaTiO}_3$ . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar  $\text{CaO}$  dari cangkang keong mas dan untuk mengetahui persen kristalin, bentuk struktur dan morfologi  $\text{CaTiO}_3$  yang dihasilkan dari  $\text{CaO}$  cangkang keong mas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hidrotermal. Pada proses sintesis,  $\text{CaO}$  yang diperoleh ditambahkan  $\text{HCl}$  1M kemudian dicampurkan larutan  $\text{TiOCl}_2$ . Kristal kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) yang diperoleh dari proses hidrotermal dengan menggunakan pH 12 pada suhu 120 °C dengan variasi temperatur kalsinasi. Dilanjutkan dengan alat XRD menghasilkan *ortorombic* dan memiliki intensitas paling tinggi terdapat pada suhu 900 °C yaitu 84,2%, dengan ukuran kristal 17,65 nm, suhu 1000 °C menghasilkan derajat kristalisasi yaitu 64,7% dengan ukuran kristal yaitu 35,96% sedangkan suhu 1100 °C menghasilkan derajat kristalisasi yaitu 55,7% dengan ukuran kristal yaitu 34,89 nm. Hasil karakterisasi  $\text{CaTiO}_3$  menggunakan SEM menghasilkan ukuran butir pada kristal kalsinasi 900 °C yaitu ukurannya besar, rapat dan sangat jelas dibandingkan pada suhu 1000 °C dan 1100 °C

**Kata kunci:** Cangkang keong mas, kalsinasi,  $\text{CaO}$ , XRF, Hidrotermal,  $\text{CaTiO}_3$ , XRD, SEM

## ***ABSTRACT***

**Name** : Rezkiyani  
**NIM** : 60500113074  
**Title** : **Preparation and Characterization of Calcium Titanate (CaTiO<sub>3</sub>) from Mason Shell Mas (Pomacea canaliculata) By Hydrothermal Way**

---

The mas snail (*Pomacea canaliculata*) is a widely distributed species, the community considers this species as a pest of rice crops. Currently the golden snail is still a threat to farmers containing CaCO<sub>3</sub> decomposed to CaO (92.29%). Therefore, CaO is used as a precursor in the manufacture of CaTiO<sub>3</sub>. This study aims to determine the level of CaO from mas snail shell and to know the percent of crystalline, structural form and morphology of CaTiO<sub>3</sub> produced from CaO shell of golden shell. The method used in this research is hydrothermal method. In the synthesis process, CaO obtained is added 1M HCl then mixed TiOCl<sub>2</sub> solution. Calcium titanate crystals (CaTiO<sub>3</sub>) obtained from the hydrothermal process using pH 12 at 120 °C with variation of calcination temperature. Continued with XRD tool produces orthorombic and has the highest intensity is at 900 °C ie 84.2%, with crystal size 17.65 nm, 1000 °C temperature yields a degree of crystallization of 64.7% with crystal size of 35.96% while the temperature of 1100 °C yields a crystallization degree of 55.7% with a crystal size of 34.89 nm. The results of CaTiO<sub>3</sub> characterization using SEM resulted in grain size on 900 °C calcination crystals that were large, dense and very clear in comparison with temperatures of 1000 °C and 1100 °C

**Key Word:** Golden snail, calcinatuion, CaO, XRF, Hydrothermal, CaTiO<sub>3</sub>, XRD, SEM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia selalu menjadi prioritas utama hal ini ditunjang oleh kondisi iklim Indonesia serta lahan pertanian yang cukup potensial. Khususnya pertanian sawah semakin tinggi yaitu terjadi di Kabupaten Gowa karena terdapat dataran rendah yang sangat cocok untuk daerah persawahan yaitu 5,540 hektar (Efendi, 2015:9). Tetapi produktivitas padi sawah semakin menurun disebabkan karena penyebaran hama yang cukup luas dan banyak merusak tanaman padi adalah keong. Kerusakan yang ditimbulkan oleh keong dapat mencapai intensitas 13,2-96,5 % (Delvita, dkk., 2015:1).

Mengingat ancaman hama ini sangatlah besar dan berkembang biak dengan sangat cepat. Saat ini para petani hanya membuang keong tersebut keluar dari area persawahan dan terkadang hanya dimanfaatkan sebagai makanan itik. Sebagian besar belum dimanfaatkan dan hanya menjadi limbah yang berserakan yang dapat merusak lingkungan dan menimbulkan bau busuk apabila tidak diupayakan proses pemanfaatan lebih lanjut (Pancawati, 2016: 2) Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Qhasash [28]:77) yaitu perintah Allah untuk tidak membuat kerusakan di bumi

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-Qhasash [28]:77)

Ayat tersebut menjelaskan berusaha sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dan *carilah* bersungguh-sungguh *pada*, yakni melalui *apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu* dari hasil usahamu itu kebahagiaan *negeri akhirat*, dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk Allah dan dalam saat yang sama *janganlah melupakan*, yakni mengabaikan, *bagianmu* dari kenikmatan *dunia dan berbuat baiklah* kepada semua pihak, *sebagaimana* atau disebabkan karena *Allah telah berbuat baik kepadamu* dengan aneka nikmat-Nya dan *janganlah engkau berbuat kerusakan* dalam bentuk apapun dibagian manapun di bumi ini. *Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan.*

Kata (فِيمَا) *fima*’ dipahami oleh ibn ‘Asyur *perbanyak* atau pada *umumnya*, sekaligus melukiskan tertancapnya kedalam lubuk hati upaya mencari kebahagiaan ukhtiawi melalui apa yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan dunia ini

Kata (كَمَا) *kama* arti *disebabkan* yakni karena Allah telah melimpahkan aneka karunianya maka seharusnya manusia pun melakukan ihsan dan upaya mengadakan perbaikan sesuai kemampuannya (Shihab, 2002, vol.10: 405-407 ).

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut Allah menegaskan untuk melakukan perbaikan dan larangan melakukan pengrusakan sehingga dilakukan pemanfaatan cangkang keong mas karena cangkang keong mas dapat menimbulkan bau busuk yang dapat merusak lingkungan tetapi dibalik semua itu cangkang keong mas hampir

seluruhnya dari kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) (Islami dkk, 2014: 1). Cangkang keong mas berdasarkan hasil EDX diperoleh berat rata-rata komposisi kimia adalah MgO 1,68%,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  1,04% dan  $\text{SiO}_2$  4,29% dan  $\text{CaCO}_3$  92,68%.  $\text{CaCO}_3$  yang mengalami proses kalsinasi akan menghasilkan CaO (Pancawati, 2016: 12).

Penelitian yang dilakukan syamsuddin, dkk (2012: 8) yaitu kajian awal produksi biodiesel dari minyak nyamplung menggunakan katalis cangkang keong mas dimana katalis basa padat CaO disiapkan melalui kalsinasi cangkang keong mas pada suhu 900 °C. Komposisi katalis diidentifikasi dengan menggunakan teknik difraksi sinar-X (XRD). Kandungan kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dalam cangkang keong mas berubah menjadi CaO aktif setelah dikalsinasi pada suhu 900 °C. Sehingga CaO yang dihasilkan dari proses kalsinasi cangkang keong mas selain sebagai katalis juga dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu pembuatan kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ).

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini dalam dunia elektronika menarik para konsumen untuk memperoleh perangkat elektronika yang berukuran kecil dan sederhana namun memiliki performa yang prima. Kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) berstruktur perovskite merupakan bahan yang menjanjikan untuk operasi peralatan komunikasi, pada frekuensi gelombang mikro karena memiliki konstanta dielektrik yang tinggi, dan koefisien suhu yang yang besar (Toim dan Suasmoro, 2015: 2).

Kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) juga sering digunakan sebagai bahan keramik elektronik, sebagai bahan ferolistrik dan bahan dielektrik untuk kapasitor (Wahyuni, 2009: 2)  $\text{CaTiO}_3$  banyak digunakan untuk penghentian limbah nuklir tingkat tinggi.

Beberapa metode khusus yang dikenal untuk pembuatan  $\text{CaTiO}_3$  seperti sol-gel, kopresipitasi, pembakaran dan hidrotermal (Mallik, 2015: 1).

Metode yang digunakan pada pembuatan kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) yang berbasis bahan limbah diharapkan dapat menghasilkan bahan material fungsional, untuk menghasilkan produk material yang baik, bahan yang digunakan sebagai prekursor sangat perlu untuk diperhatikan (Wahyuni, 2009: 1). Sehingga pembuatan  $\text{CaTiO}_3$  pada penelitian ini menggunakan metode hidrotermal karena dapat menghasilkan produk kristal yang homogen, dapat dilakukan pada suhu rendah, tidak membutuhkan waktu yang banyak dan menjaga kemurnian bahan karena sampel dimasukkan ke dalam teflon dan bejana (reaktor hidrotermal) yang tertutup rapat sehingga terjaga dari kontaminasi luar (Assolah, 2015: 6).

Merujuk dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni (2009), yang juga menggunakan kalsium oksida ( $\text{CaO}$ ) dari cangkang telur itik dalam pembuatan kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) pada suhu  $200\text{ }^\circ\text{C}$  selama 24 jam dengan metode hidrotermal dan *annealing* menghasilkan material sekitar 37,33 nm sedangkan penelitian yang dilakukan oleh, Julianto (2012) Mensintesis kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) dengan mereaksikan  $\text{CaCl}_2$  dari  $\text{CaO}$  dari cangkang telur itik dan  $\text{TiOCl}_2$  melalui metode hidrotermal yang di sintesis pada 3 kondisi pH, yaitu pH 1, 4, dan 14, dengan suhu  $150\text{ }^\circ\text{C}$  selama 8 jam yang kemudian dianalisis dengan difraksi sinar-X yang  $\text{CaTiO}_3$  dapat terbentuk pada kondisi asam dan ukuran kristalnya yaitu 400 nm -1400 nm

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dilakukan penelitian tentang pembuatan dan karakterisasi kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) dari kalsium oksida ( $\text{CaO}$ ) cangkang keong mas dengan cara hidrotermal.

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa kadar CaO dari cangkang keong mas?
2. Bagaimana karakteristik  $\text{CaTiO}_3$  dari cangkang keong mas menggunakan metode hidrotermal?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui kadar CaO dari cangkang keong mas.
2. Mengetahui karakteristik  $\text{CaTiO}_3$  dari cangkang keong mas menggunakan cara hidrotermal.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan latar belakang hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Sebagai sumber informasi mengenai penggunaan metode hidrotermal untuk pembuatan kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) dari cangkang keong mas.
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Agar masyarakat mengetahui alternatif pemanfaatan cangkang keong mas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Keong mas (*Pomacea canaliculata*)

Keong mas (*Pomacea canaliculata*) merupakan spesies yang distribusinya sangat luas dan mudah beradaptasi, dan merupakan siput air tawar. Sebagian besar masyarakat menganggap *molusca* ini sebagai hama tanaman padi. Saat ini keong mas masih merupakan ancaman bagi para petani, yang penyebarannya sangat luas. Selain dibasmi, ada alternatif lain untuk mengurangi populasi keong mas yaitu dengan memanfaatkannya agar lebih bernilai ekonomis (Mualim, dkk., 2013: 74) Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Q.S AL- Shaad [38]:27).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ  
كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (Q.S AL- Shaad [38]:27).

Ayat diatas menyatakan: *Dan kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya*, seperti udara dan tentu tidak juga kami menciptakan kamu semua dengan *batil* yakni sia-sia tanpa hikmah. *Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir*, dan karenanya mereka berkata bahwa hidup berakhir didunia ini tidak ada perhitungan, juga tidak ada surga dan neraka, *maka kecelakaan yang amat besar menimpa orang-orang kafir akibat keduanya itu karena mereka akan masuk neraka.*

Kata ( و ) *waaw* pada awalan ayat di atas dapat dipahami dan, dengan jalan memunculan dalam benak satu kalimat sebelumnya, misalnya *tidak ada yang sia-sia dalam ketetapan Kami, dan Kami tidak menciptakan dan seterusnya* .

Kata ( بَطْلَان ) *batbilan* dapat berarti *sia-sia tanpa tujuan atau dengan permainan*. Allah menciptakan langit dan bumi juga segala yang ada di antara keduanya dengan tata aturan yang demikian rapih dan indah serta harmonis. Ini menunjukkan bahwa dia tidak bermain-main yakni tidak menciptakan secara sia-sia tanpa arah dan tujuan yang benar (Shihab, 2002, vol.12: 134-136 )

Berdasarkan penjelasan ayat diatas yang menyatakan bahwa tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia sekalipun itu keong mas yang merupakan hama pada tanaman ternyata mempunyai tubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang yang keras yang hampir seluruhnya dari kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ). Dari kandungan kimia tersebut, maka cangkang keong mas dapat dimanfaatkan sebagai adsorben dan kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) (Islami, dkk., 2014: 2)

### **1. Klasifikasi Keong Mas**

Menurut Riyanto ( 2003:2 ), identifikasi oleh Lembaga Biologi Nasional (LBN) klasifikasi keong mas seperti berikut ini:

Filum : Moluska

Klass : Gastropoda

Ordo : Pulmolata

Familia : Ampullaridae

Genus : Pomacea

Species : *Pomacea canaliculata* L



**Gambar 2.1** : Keong mas (*Pomacea canaliculata*)

(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com))

## 2. Ciri Morfologi keong mas.

Bentuk cangkang keong mas hampir mirip dengan siput sawah yang disebut gondang, bedanya cangkang keong mas berwarna kuning keemasan hingga coklat transparan serta lebih tipis. Dagingnya lembut berwarna krem keputihan sampai merah keemasan atau orange kekuningan, besarnya kurang lebih 10 cm dengan diameter cangkang 4-5 cm. Bertelur di tempat yang kering 10-13 cm dari permukaan air, kelompok telur memanjang dengan warna merah jambu seperti buah murbai karena itu disebut siput murbai, panjang kelompok telur 3 cm lebih, lebarnya 1-3 cm, dalam kelompok besarnya 4,5-7,7 mg ukuranya 2,0 mm (Riyanto, 2003: 2)

Keong mas memiliki karakteristik khusus yang dapat digunakan untuk membedakan dengan keong-keong jenis lain yang hidup pada habitat yang sama. Ukuran tubuhnya sangat beragam dan bergantung pada ketersediaan makanan. Berat cangkang keong mas dapat mencapai 10-20 gram. Keong mas memiliki *umbilicus* terbuka. Operkulum yang menutupi lubang *aperture* terbuat dari kitin dan merupakan operkulum tipe konsentris (Pambudi, 2011: 5). Dan pada bagian kepala terdapat dua buah tentakel sepasang terletak dekat dengan mata lebih panjang dari pada dekat mulut. Kaki lebar berbentuk segitiga dan mengecil pada bagian belakangnya, mereka



dapat hidup pada perairan yang deras dengan komponen utama tumbuhan air (Riyanto, 2003: 2)

### **3. Habitat keong mas**

Menurut Balai Penelitian Sumatera Selatan habitat hidup keong mas adalah kawasan rawa-rawa yang banyak ditumbuhi keladi (*Caladium sp*), karena tanaman ini sukar ditemukan, maka keong mas mencari tempat sesuai habitat hidupnya adalah area persawahan yang baru ditanami tumbuhan padi (Isnainingsi dan Ristiyanto, 2011: 441).

Keong mas mampu bertahan hidup didalam tanah sampai 6 bulan lamanya dan jika mendapat pengairan maka keong akan berkembangbiak kembali. Keong mas muda memakan ruas-ruas tanaman padi yang masih muda (umur  $\pm$  1-2 bulan) dan membuat ruas-ruas tanaman menjadi patah berserakan di sekitar rumpun tanaman padi. Dampak terburuk adalah produktivitas sawah semakin menurun, bahkan gagal panen. Populasi keong mas yang tinggi dapat merusak tanaman padi sampai 100% (Handayani, 2013: 108).

### **B. Metode Hidrotermal**

Metode hidrotermal merupakan salah satu cara untuk mengatasi beberapa kelemahan dari metode basah, seperti konsumsi waktu panjang dan kontaminasi kimia. Metode hidrotermal merupakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan kristal yang baik, bentuk dan komposisi yang dapat dicapai pada temperatur rendah (Wahyuni, 2009: 3).

Hidrotermal didefinisikan sebagai metode penumbuhan material (kristal) di dalam air panas pada tekanan tinggi dimana temperatur reaksi dapat dinaikkan diatas titik didih air dan pencapaian tekanan dari saturasi uap air (Harahap, dkk., 2009: 2). Proses penumbuhan kristalnya dilakukan dalam bejana tertentu yang disebut autoklaf (*autoclave*), yaitu berupa suatu wadah yang terbuat dari baja yang tahan pada suhu dan tekanan tinggi. Pertumbuhan kristal terjadi karena adanya gradient suhu yang diatur sedemikian rupa sehingga pada bagian yang lebih panas akan terjadi reaksi larutan, sedangkan pada bagian yang lebih dingin terjadi proses supersaturasi dan pengendapan kristal (Assolah, 2015: 19).



**Gambar 2.2:** Reaktor Hidrotermal  
( Sumber: Wahyuni, 2009: 3)

Menurut Assolah (2015:19), metode hidrotermal mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

1. Suhu relatif rendah untuk reaksi
2. Dengan menaikkan suhu dan tekanan dapat menstabilkan preparasi senyawa dalam keadaan oksidasi yang yang tidak biasanya.
3. Pada kondisi *super-heated water*, oksida logam yang tidak larut dalam air dapat menjadi larut atau bila suhu dan tekanan tersebut belum mampu, maka

ditambahkan garam alkali atau logam yang anionnya dapat membentuk kompleks dengan padatan sehingga padatan menjadi larut .

5. Menghasilkan partikel dengan kristalisasi yang tinggi
6. Kemurnian tinggi
7. Distribusi ukuran partikel yang homogen.

Metode hidrotermal sangat cocok digunakan dalam pembuatan  $\text{CaTiO}_3$  agar nantinya terbentuk kristal dengan tingkat kemurnian yang tinggi dalam jangka waktu yang singkat. Metode hidrotermal dipilih karena relatif sederhana tanpa menggunakan peralatan yang rumit dan mahal (Wahyuni, 2009: 3).

### **C. Kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ )**

Kalsium karbonat adalah salah satu mineral nonsilikat yang paling luas tersebar. Sebagai batu kapur, kalsium karbonat merupakan bahan mentah untuk produk-produk yang berguna, yaitu kapur dan kapur mati (kapur yang telah dicampur air). Kalsium karbonat mengendap bila karbon dioksida dialirkan bergelembung melalui suatu larutan air kapur. Berbagai bentuk kalsium karbonat dikenal sebagai *calcite*, *aragonite*, batu kapur, batu pualam dan kapur tembok (Anggraini, 2016: 12).

Kalsium karbonat merupakan senyawa kimia dengan rumus kimia  $\text{CaCO}_3$ . Kalsium karbonat merupakan komponen utama penyusun cangkang organisme laut, siput, mutiara, dan kulit telur. Kalsium karbonat umumnya berwarna putih dan sering dijumpai pada batuan seperti batu kapur, kalsit, marmer, dan batu gamping. (Nenianti, 2016: 10).



**Gambar 2.3:** Serbuk  $\text{CaCO}_3$   
( Sumber : Neniati, 2012: 11)

Kandungan mineral yang utama pada cangkang keong berupa kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ), zat besi, magnesium, kalium dan fosfor.  $\text{CaCO}_3$  adalah senyawa kimia berwarna putih yang paling umum dari mineral nonsilikat. Secara spesifik, mineral kalsium karbonat mempunyai karakteristik rumus molekul  $\text{CaCO}_3$  dengan 40,04% kalsium, 12,00% karbon, 47,96% oksigen dan 56,03% CaO dan 43,97%  $\text{CO}_2$  dengan berat molekul 100,09 gr/mol, massa jenis 2,8 gr/cm<sup>3</sup>, dan titik lebur 82 °C. (Delvita, dkk., 2015: 17). Menurut Nopriansyah, dkk (2016: 1) Dari 80 gram cangkang keong mas diperoleh 20 gram serbuk cangkang keong mas. Cangkang keong mas yang dihasilkan merupakan kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ). Pengaplikasian serbuk cangkang keong mas pada air Sungai Musi mampu menurunkan kekeruhan sebesar 75%.

Menurut Neniati (2016: 11), kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) selain dapat diperoleh dari alam yang salah satunya adalah cangkang keong, kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) juga banyak diproduksi oleh produsen khusus penyalur kalsium karbonat. Biasanya produsen tersebut melampirkan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) yang berisi tentang informasi fisik seperti dibawah ini

Berat molekul : 100,09 gr/mol

Massa jenis : 2,8 gr/cm

Titik lebur : 825 °C

Berbentuk kristal atau serbuk

Tidak berwarna atau putih

Tidak berbau dan tidak berasa

Menurut Anggraini (2016: 12), sifat-sifat kimia kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) adalah:

- a. Tidak mudah terbakar dan bersifat stabil.
- b. Dapat diperoleh secara alami dalam bentuk barang tambang berupa kapur.
- c. Merupakan endapan yang dapat diperoleh dari reaksi antara kalsium klorida dan natrium karbonat.



- d. Bereaksi dalam air



- e. Bereaksi dengan asam sulfat membebaskan



#### **D. Kalsinasi $\text{CaCO}_3$ menjadi $\text{CaO}$**

Kalsinasi berasal dari bahasa Latin yaitu *calcinare* yang artinya membakar kapur. Proses kalsinasi yang paling umum adalah diaplikasikan untuk dekomposisi kalsium karbonat (batu kapur,  $\text{CaCO}_3$ ) menjadi kalsium oksida (kapur bakar,  $\text{CaO}$ ) dan gas karbon dioksida atau  $\text{CO}_2$ . Produk dari kalsinasi biasanya disebut sebagai “kalsin“ yaitu mineral yang telah mengalami proses pemanasan (Arita, dkk., 2014: 1)

Secara umum proses kalsinasi adalah proses pembakaran tahap awal yang merupakan reaksi dekomposisi secara *endothermic* dan berfungsi untuk melepaskan gas-gas dalam bentuk karbonat atau hidroksida sehingga menghasilkan serbuk dalam


bentuk oksida dengan kemurnian yang tinggi. Kalsinasi dilakukan pada suhu tinggi yang suhunya tergantung pada jenis bahannya. Kalsinasi diperlukan sebagai penyiapan serbuk keramik untuk diproses lebih lanjut dan juga untuk mendapatkan ukuran partikel yang optimum serta menguraikan senyawa-senyawa dalam bentuk garam atau dihidrat menjadi oksida, membentuk fase kristal (Anggraini, 2016: 14).

Menurut Arita, dkk (2014: 2), terdapat beberapa contoh proses kalsinasi antara lain :

1. Dekomposisi mineral karbonat seperti pada kalsinasi kalsium karbonat (*limestone*) menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida.
2. Dekompisisi mineral hidrat seperti pada kalsinasi *bauxsite* yang bertujuan untuk membuang air kristal
3. Dekomposisi zat mudah menguap yang terkandung pada *petroleum coke*.

Nama lain dari kalsium oksida adalah *lime*, *caustic*, *quicklime* atau gamping. Kalsium oksida (CaO) merupakan oksida basa yang didapat dari batuan gamping dimana terkandung kalsium oksida sedikitnya 90% dan magnesia 0-5%, kalsium karbonat, silika, alumina, feri oksida terdapat sedikit sebagai ketidakmurnian (Arita, dkk., 2014:1)

Kalsium oksida diperoleh dengan memanaskan cangkang kerang, pemanasan tersebut mengakibatkan  $\text{CaCO}_3$  dalam cangkang terdekomposisi menjadi CaO dengan membebaskan gas  $\text{CO}_2$ .



Pada persamaan reaksi diatas tampak bahwa dengan pemanasan hingga suhu tertentu (900 °C),  $\text{CaCO}_3$  terdekomposisi menjadi  $\text{CaO}$  dengan membebaskan gas karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) (Sari, 2009:2).

Menurut Islami, dkk (2014: 1)  $\text{CaO}$  yang diperoleh dari hasil kalsinasi yang dilakukan pada suhu 800 °C selama  $\pm 10$  jam. Kemampuan adsorben diuji terhadap tembaga dalam larutan melalui variasi konsentrasi ion tembaga, aktivator  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  dan waktu kontak dan hasil penelitian terhadap abu dari cangkang keong mas diperoleh  $\text{CaO}$  92,29%.

#### **E. Titanium**

Unsur titanium mula-mula ditemukan oleh Reverend William Gregor pada tahun 1790, tetapi baru pada tahun 1910 bentuk *pure titanium* pertama kali diproduksi, dan bahkan sampai sekarang titanium masih sangat mahal apabila dibandingkan dengan logam lain, misalnya baja nirkarat (Sianiwati dan Ahmad, 2005: 2)

Titanium adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ti dan nomor atom 22 merupakan logam transisi yang ringan, kuat, tahan korosi (termasuk tahan terhadap air laut dan chlorine dengan warna putih metalik keperakan (Fitriani, 2014: 10)

Titanium adalah unsur terbanyak ke sembilan di kerak bumi dan terdistribusi secara luas. Karena afinitasnya yang besar terhadap oksigen dan unsur lain, titanium tidak terdapat dalam bentuk logam statis di alam, tetapi dalam bentuk mineral yang stabil (Sianiwati dan Ahmad, 2005: 2).

Sumber titanium ditemukan dalam bentuk *titanite* ( $\text{CaTiO}[\text{SiO}_4]$ ) dan *perovskite* ( $\text{CaTiO}_3$ ) Titanium di alam terdapat dalam bentuk senyawa dengan

bilangan oksidasi bervariasi, yaitu bilangan oksidasi +4 ( $\text{TiCl}_4$ ,  $\text{TiO}_2$ ), +3 ( $\text{TiCl}_3$ ,  $\text{Ti}_2\text{O}_3$ ), atau +2 ( $\text{TiCl}_2$ ,  $\text{TiO}$ ) (Saputra, 2010: 9)

Titanium tetraklorida ( $\text{TiCl}_4$ ) dan titanium dioksida ( $\text{TiO}_2$ ) merupakan contoh senyawa titanium dengan bilangan oksidasi +4 yang banyak digunakan sebagai prekursor pada sintesis senyawaan titanium. Titanium tetraklorida dapat disintesis dari titanium dioksida dengan proses karboklorinasi pada temperatur  $1200\text{ }^\circ\text{C}$ .  $\text{TiCl}_4$  adalah cairan tidak berwarna yang memiliki titik leleh  $-24,1\text{ }^\circ\text{C}$  dan titik didih  $136,5\text{ }^\circ\text{C}$  serta struktur tetrahedral.  $\text{TiCl}_4$  akan terdekomposisi dengan cepat jika direaksikan dengan air membentuk  $\text{TiO}_2$ .  $\text{TiO}_2$  dalam larutan asam klorida pekat akan terhidrolisis membentuk senyawa antara  $\text{TiOCl}_2$  (tionil klorida) (Saputra, 2010: 10)

#### **F. Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ )**


Nama perovskit berasal dari nama mineral  $\text{CaTiO}_3$  yang diidentifikasi oleh seorang ahli mineral fisika padatan, sains material dan geologi Rusia. Gustav Rose, kimiawan asal Jerman, pada tahun 1893 menemukan mineral  $\text{CaTiO}_3$  di Pegunungan Ural (Pramita Elfianuari, 2017: 1)

Senyawa dengan struktur perovskit merupakan material yang menjanjikan dalam teknologi dan sains saat ini, dan merupakan dasar pada ilmu tentang zat padat dan geosains. Mineral perovskit  $\text{CaTiO}_3$  merupakan senyawa induk dari kelompok senyawa perovskit. Digunakan secara luas dalam material keramik elektronik dan untuk menghentikan limbah radioaktif (Fatihah, 2017: 1)

Perovskit  $\text{CaTiO}_3$  merupakan mineral yang memiliki rumus stoikiometri  $\text{ABO}_3$ . Dimana A adalah ion-ion logam blok s, d, atau f yang berukuran lebih besar (biasanya logam tanah jarang dari deret lantanida dan aktinida) sedangkan B



merupakan ion-ion logam transisi. Jumlah muatan kation A dan B adalah +6, yang dapat tersusun dari kation yang bermuatan (1+5), (2+4) atau (3+3), hal tersebut agar terjadi keseimbangan muatan dengan muatan negatif 6 yang dibawa oleh tiga ion oksigen (Idayati, 2008: 3).

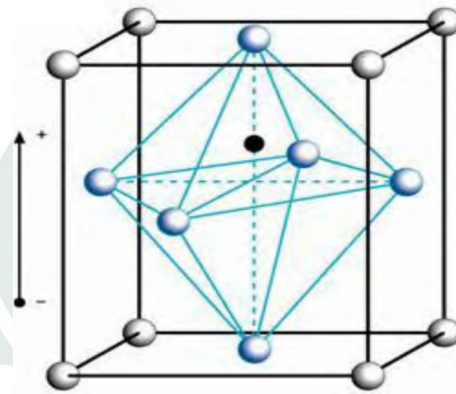

**Gambar 2.4:** Struktur perovskit  $\text{CaTiO}_3$   
(Sumber: Wahyuni, 2009: 2)

Struktur kristal dari jenis  $\text{CaTiO}_3$  orthorhombik perovskit pertama kali diterbitkan oleh Helen Dick Mc Gaw pada tahun 1945. Perovskit stabil pada jangkauan yang sangat luas dari kondisinya dan mempunyai sifat kimia dan fisik yang unik, yang menjadikan mereka bahan yang ideal untuk banyak aplikasi teknologi. Perovskit  $\text{CaTiO}_3$  memiliki berbagai aplikasi dalam teknologi, khususnya dalam *ionics solid-state*. Perovskit saat ini digunakan dalam sensor, perangkat memori (RAM), amplifier, sel bahan bakar, superkonduktor, dan perangkat elektrooptikal (Elfianuari, 2017: 1-2)

$\text{CaTiO}_3$  telah banyak dikaji berbagai sifat fisiknya oleh sejumlah peneliti yaitu sifat-sifat fisik  $\text{CaTiO}_3$  yang telah diteliti meliputi sifat listriknya seperti konduktivitas dan resistivitas, sifat optik, uji sifat termolistrik, studi sifat dielektrik dan sifat ferolistriknya. Selain itu juga, telah dikaji mengenai strukturnya yaitu

struktur kristal dan struktur elektronik, baik secara teoritis maupun eksperimen (Sari, 2009: 2).

Kalsium titanat memiliki aplikasi penting dalam immobilisasi limbah nuklir tingkat tinggi. Selain dari aplikasi nuklir, kalsium titanat juga ditemukan di beberapa alat elektronik yang beroperasi pada gelombang mikro. Kalsium titanat sering digunakan sebagai bahan keramik elektronik, sebagai bahan ferolistrik dan bahan dielektrik untuk kapasitor (Wahyuni, 2009: 2). Kapasitor adalah piranti yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan sangat bergantung dari bahan baku kapasitor (Saputra, 2010: 1)

$\text{CaTiO}_3$  memiliki bahan berbasis titanat yang dapat ditransformasikan menjadi bahan dengan karakteristik lain seperti bahan semikonduktor melalui proses doping misalnya dengan Niobium (Nb). Transformasi ini dilakukan sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Disamping itu, kalsium titanat juga berfungsi sebagai katalis pada proses fotokatalisis dan fotovoltaik (Wahyuni, 2009: 2).

#### **G. X-Ray Fluorescence (XRF)**

*X-Ray Fluorescence* (XRF) merupakan alat yang digunakan untuk analisis komposisi kimia beserta konsentrasi unsur-unsur yang berkembang dalam suatu sampel secara kualitatif dan kuantitatif dengan metode spektrometri. XRF dapat digunakan untuk menentukan elemen utama dengan akurasi yang tinggi dan analisis kualitatif terhadap sampel dilakukan tanpa menggunakan standar serta minimalnya preparasi terhadap sampel (Bahri, 2015: 22). Sedangkan analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dalam suatu bahan (Munasir, dkk., 2012: 24).

Teknik pengujian dengan *X-Ray Fluorescence* (XRF) digunakan untuk menentukan komposisi unsur suatu material. Karena teknik pengujian ini sangat cepat dan tidak merusak dari sampel yang akan diuji. Tergantung pada penggunaannya *X-Ray Fluorescence* (XRF) dapat dihasilkan tidak hanya oleh sinar X tetapi juga sumber eksitasi primer yang lain seperti partikel alfa, proton atau sumber elektron dengan energi yang tinggi (Krisnawan, 2009:35).




**Gambar 2.5:** Peralatan Pengujian X-Ray Fluorescence (XRF)  
(Sumber: Krisnawan, 2009: 35)

Prinsip kerja XRF yaitu terjadinya tumbukan atom-atom pada permukaan sampel oleh sinar X dari sumber sinar X. foton yang memiliki energi tinggi (X-rays) menembak elektron pada kulit dalam (biasanya kulit K atau L) yang menyebabkan elektron tersebut berpindah ke lapisan kulit luarnya. Pada saat bersamaan, kulit dalam terjadi kekosongan elektron dan menyebabkan keadaan yang tidak stabil sehingga elektron dari kulit di atasnya berpindah mengisi kekosongan dengan mengemisikan sinar (*fluorescence*) dengan energi sebesar perbedaan energi dari kedua keadaan dan panjang gelombang yang sesuai dengan karakteristik dari tiap elemen. Intensitas sinar yang diemisikan sebanding dengan konsentrasi dari tiap elemen (Bahri, 2015: 23).

## H. *X-Ray Diffraction (XRD)*

Difraksi sinar X merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik sinar-X yaitu pengukuran radiasi sinar-X yang terdifraksi oleh bidang kristal, penghamburan sinar-X oleh unit-unit pada kristal, akan menghasilkan pola difraksi yang digunakan untuk menentukan susunan partikel pada pola padatan. XRD digunakan untuk mengetahui ciri utama kristal, seperti parameter kisi dan tipe struktur. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk mengetahui rincian lain seperti susunan berbagai jenis atom dalam kristal, kehadiran cacat, orientasi, dan cacar kristal (Bahri, 2015: 24).

Prinsip kerja XRD secara umum adalah sebagai berikut, XRD terdiri dari tiga bagian utama yaitu tabung sinar-X, tempat objek yang diteliti, dan detektor sinar-X. Sinar-X dihasilkan di tabung sinar-X yang berisi katoda memanaskan filamen, sehingga menghasilkan elektron. Perbedaan tegangan menyebabkan percepatan elektron akan menembaki objek. Ketika elektron mempunyai tingkat energi yang tinggi dan menabrak elektron dalam objek sehingga dihasilkan pancaran sinar-X. Objek dan detektor berputar untuk menangkap dan merekam intensitas refleksi sinar-X. Detektor merekam dan memproses sinyal sinar-X dan mengolahnya dalam bentuk grafik (Fitriana, 2014: 31-32).

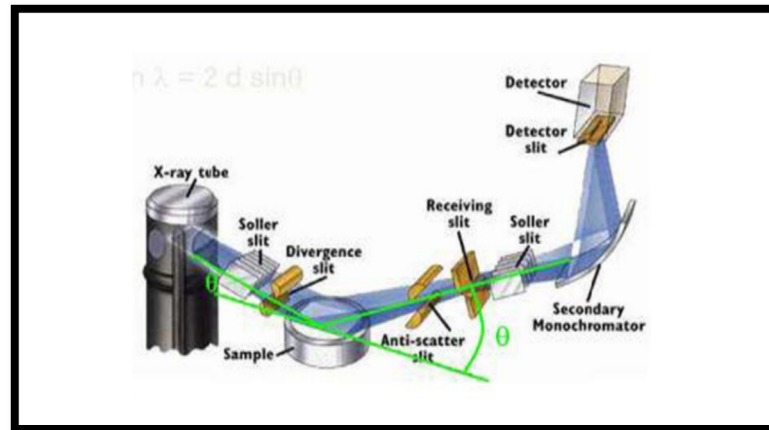

**Gambar 2.6:** Komponen-konponen *X-Ray Diffarction* (XRD)


(Sumber: Fitriana: 2014, 32)

Beberapa pemakaian difraksi serbuk sinar-X antara lain digunakan sebagai (1) pembeda antara bahan kristalin dan amorf, (2) penentuan struktur kristal bahan, (3) penentuan distribusi elektron dalam atom, dan seluruh sel satuan, (4) penentuan orientasi kristal tunggal, (5) penentuan tekstur bahan dalam berbutir majemuk polygrain, (6) identifikasi fase kristalin, (7) pengukuran batas daya larut, dan penentuan diagram-diagram fase, (8) penentuan strain dan ukuran butir kecil (9) pengukuran berbagai keacakan, keteraturan dan cacat kristal (Fitriana, 2014: 31-32).

### **I. Electron Mircsocopy (SEM)**

SEM adalah suatu tipe mikroskop elektron yang menggambarkan permukaan sampel melalui proses *scanning* dengan menggunakan pancaran energi yang tinggi dari elektron. SEM juga dapat digunakan untuk menganalisis mikrostruktur suatu bahan, mengetahui bentuk dan ukuran dari butir-butir serta mengetahui interaksi satu butir dengan butir lainnya (Nenianti, 2016: 18).

Prinsip kerja SEM adalah menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron berenergi tinggi. Permukaan benda yang dikenai berkas elektron akan memantulkan kembali berkas tersebut atau menghasilkan elektron sekunder ke segala arah. Tetapi ada satu arah dimana berkas dipantulkan dengan intensitas tertinggi. Detektor di dalam SEM mendeteksi elektron yang dipantulkan dan menentukan lokasi berkas yang dipantulkan dengan intensitas tertinggi. Arah tersebut memberikan informasi profil permukaan benda seperti seberapa landai dan kemana arah kemiringan (Fitriana, 2014: 34).

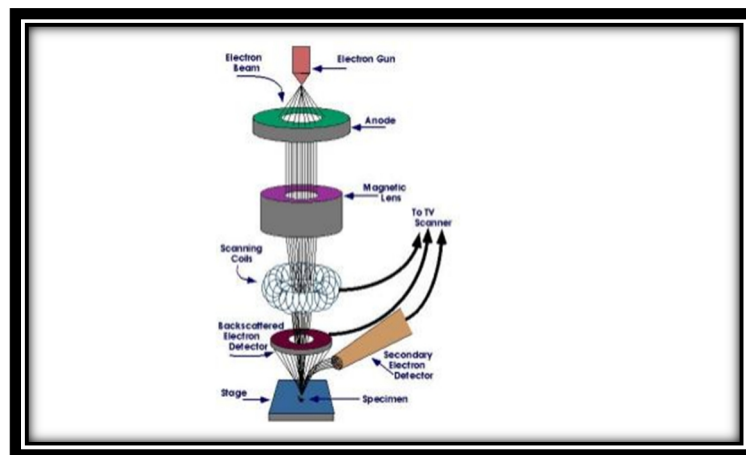

**Gambar 2.7** Instrumen Scanning Electron Microscopi- Energi Dispersive X-Ray (SEM/EDX)  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com))

Menurut Fitriana (2015:37), sebuah sistem mikroskop elektron (SEM) memiliki beberapa peralatan utama antara lain.

1. Pistol elektron, biasanya berupa filamen yang terbuat dari unsur yang mudah melepas elektron misal tungsten.
2. Lensa untuk elektron, berupa lensa magnetis karena elektron yang bermuatan negatif dapat dibelokkan oleh medan magnet.

3. Sistem vakum, karena elektron sangat kecil dan ringan maka jika ada molekul udara, elektron yang berjalan menuju sasaran akan terpecah oleh tumbukan sebelum mengenai sasaran sehingga menghilangkan molekul udara menjadi sangat penting.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – bulan November 2017 di laboratorium BBIHP (Balai Besar Industri Hasil Perkebunan), Kimia Fisika, Kimia Analitik dan Biokimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Laboratorium XRD dan XRF *Science Building* Universitas Hasanuddin (UNHAS), Laboratorium SEM Kimia Fisika MIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang meliputi pembuatan serbuk CaO, Penentuan kadar CaO, Pembuatan larutan  $\text{TiOCl}_2$  dan  $\text{CaCl}_2$ , sintesis kristal  $\text{CaTiO}_3$  dengan metode hidrotermal variasi suhu kalsinasi, karakterisasi kristal dengan alat XRD dan SEM.

#### **C. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini di antaranya adalah *Scanning Electron Microscopy* (SEM), *X-Ray Diffraktometer* (XRD) MAXIma 7000 Shimadzu, *X-Ray 5yFlourescence* (XRF), lemari asam merek *ESCO*, *autoclave*, *furnance*, ayakan 100 mesh, *magnetic stirrer*, neraca analitik merek *ohaus*, oven, pH meter dan alat-alat gelas.



## 2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan adalah aquades ( $H_2O$ ), air bebas ion ( $H_2O$ ), aluminium Foil, asam klorida (HCl) 37% p.a, asam klorida (HCl) 1M, cangkang keong mas, kertas saring whatman no. 42, natrium hidroksida (NaOH), larutan  $TiCl_4$  (Titanium tetraklorida) 99% p.a dan tisu.

### D. Prosedur Kerja

#### 1. Preparasi Cangkang Keong Mas (*Pomacea Canaliculata*)

Cangkang direndam air panas beberapa saat kemudian dilakukan pelepasan membran, kemudian dilakukan pencucian dengan air secara berulang sampai bersih, lalu diangin-anginkan kemudian di haluskan dan diayak dengan ayakan 100 mesh selanjutnya di oven pada suhu  $100\text{ }^\circ\text{C}$ .

#### 2. Pembuatan Serbuk Kalsium Oksida ( $CaO$ )

Menimbang cangkang keong mas 50 gr sebanyak 3 kali untuk dikalsinasi pada suhu  $800\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $900\text{ }^\circ\text{C}$  dan  $1000\text{ }^\circ\text{C}$  selama 5 jam sehingga diperoleh serbuk  $CaO$  berwarna putih. Selanjutnya dilakukan penentuan kadar kalsium dalam  $CaO$  menggunakan alat XRF

#### 3. Analisis dengan X-Ray Fluorescence (XRF)

Menyalakan alat monitor, pada saat dinyalakan tampilan *display* pada monitor untuk pengoperasian alat XRF pada tampilan *counter* pada layar menunjukkan angka 0 s/d 10 pcs, melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Selanjutnya ketika XRF dioperasikan spinner sampel holder dengan holder (tempat sampel) yang berukuran 3 cm yang berjumlah 10 lubang pada suatu piringan akan bergerak menuju posisi holder satu dan berhenti secara otomatis pada tampilan *display* digital DX-95 akan

menunjukkan angka yang sama. Kondisi pengukuran pada tegangan 14 KV dan kuat arus  $90\mu\text{A}$  setiap pengukuran memerlukan waktu 300 detik.

#### **4. Pembuatan Kristal**

##### **a. Pembuatan larutan $\text{TiOCl}_2$**

Sebanyak 15 tetes larutan HCl pekat ditambahkan secara perlahan pada 50 mL air es bebas ion dengan. Larutan tersebut diaduk selama 1–2 menit menggunakan pemutar magnetik sehingga homogen. Kemudian sebanyak 2 mL larutan  $\text{TiCl}_4$  ditambahkan secara perlahan dan warna larutan berubah menjadi putih. Larutan diaduk menggunakan pemutar magnetik selama 60 menit. Selama proses pengadukan, larutan berada dalam penangas es. Setelah 60 menit, larutan didiamkan dalam lemari es selama 24 jam, agar warna larutan yang putih berubah menjadi bening. Warna bening menunjukkan bahwa  $\text{TiOCl}_2$  telah terbentuk.

##### **b. Pembuatan larutan kalsium klorida ( $\text{CaCl}_2$ )**

$\text{CaO}$  ditimbang secara berurutan 1,0676 gr; 1,0874 gr; 1,0928 gr kemudian direaksikan dengan HCl 1 M sebanyak 36,4 mL kemudian diaduk hingga homogen hingga terbentuk larutan  $\text{CaCl}_2$ .

##### **c. Pembuatan Kristal Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ )**

Sintesis  $\text{CaTiO}_3$  dilakukan dengan menambahkan larutan  $\text{CaCl}_2$  secara perlahan-lahan ke dalam larutan  $\text{TiOCl}_2$  lalu diaduk dengan pemutar magnetik. Kemudian ditambahkan NaOH 6 M sampai pH 12. Sebanyak 40 mL larutan dimasukkan ke dalam autoklaf, kemudian dipanaskan dengan suhu  $120\text{ }^\circ\text{C}$  selama 4 jam. Kristal yang diperoleh dicuci dengan aquades kemudian disaring lalu dikeringkan dalam oven pada suhu  $150\text{ }^\circ\text{C}$  selama 3 jam.

## 5. Karakterisasi CaTiO<sub>3</sub>

### a. Analisis *X-Ray Diffraction* (XRD)

Menyiapkan sampel yang akan dianalisis, kemudian merekatkannya pada kaca dan memasang pada tempatnya berupa lempeng tipis berbentuk persegi panjang (*sampel holder*) dengan lilin perekat. Memasang sampel yang telah disimpan pada *sampel holder* kemudian meletakkannya pada *sampel stand* dibagian *goniometer*. Memasukkan parameter pengukuran pada *software* pengukuran melalui komputer pengontrol, yaitu meliputi penentuan *scan mode*, penentuan rentang sudut, kecepatan *scan* cuplikan, memberi nama cuplikan dan memberi nomor urut file data. Mengoperasikan alat difraktometer dengan perintah “*start*” pada menu komputer, dimana sinar-X akan meradiasi sampel yang terpancar dari target Cu dengan panjang gelombang 1,5406 Å. Melihat hasil difraksi pada komputer dan intensitas difraksi pada sudut  $2\theta$  tertentu dapat dicetak oleh mesin printer. Mengambil sampel setelah pengukuran cuplikan selesai.

### b. *Scanning Electron Microscopy* (SEM)

Menyiapkan sampel yang akan dianalisis dan merekatkannya pada *specimen holder* (*dolite*, *double sticy tape*). Membersihkan sampel yang telah terpasang pada *holder* dengan *hand blower*. Memasukkan sampel dalam mesin *coating* untuk diberi lapisan tipis yang berupa *gold-poladium* selama 4 menit sehingga menghasilkan lapisan dengan ketebalan 200-400 Å. Memasukkan sampel kedalam *specimen chamber*. Mengamati dan mengambil gambar pada layar SEM dengan mengatur perbesaran yang diinginkan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini adalah dilakukan melalui tiga tahap yaitu preparasi cangkang keong mas dan pembuatan serbuk kalsium oksida (CaO) dari cangkang keong mas, pembuatan kalsium titanat (CaTiO<sub>3</sub>) dan karakterisasi kalsium titanat (CaTiO<sub>3</sub>) menggunakan XRD dan SEM.

##### 1. Karakterisasi CaO dari cangkang keong mas dengan menggunakan XRF

Analisis komposisi kimia pada serbuk cangkang keong mas menggunakan alat XRF dimana :

##### a. Analisis CaO suhu 900 °C

Jumlah sampel sebelum kalsinasi = 50 gram

Jumlah sampel setelah kalsinasi = 45,97 gram

**Tabel 4.1** Komposisi kimia serbuk cangkang keong mas dengan kalsinasi 900 °C

No.	Senyawa	Kadar %
1	CaO	95,60
2	SiO <sub>2</sub>	3,05
3	SrO	0,75
4	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,48
5	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,03
6	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,02
7	MoO <sub>3</sub>	0,02
8	SnO <sub>2</sub>	0.01
9	In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,01

Pada Tabel 4.1 komposisi kimia serbuk cangkang keong mas kalsinasi suhu 900 °C terdapat beberapa senyawa oksida dan yang paling tinggi yaitu kalsium oksida (CaO) yaitu 95,60%.

**b. Analisis CaO suhu 1000 °C**

Jumlah sampel sebelum kalsinasi = 50 gram

Jumlah sampel setelah kalsinasi = 47,049 gram

**Tabel 4.2** Komposisi kimia serbuk cangkang keong emas kalsinasi 1000 °C

No.	Senyawa	Kadar %
1	CaO	93,86
2	SiO <sub>2</sub>	4,72
3	SrO	0,72
4	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,48
5	TiO <sub>2</sub>	0,13
6	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,03
7	MoO <sub>3</sub>	0,02
8	SnO <sub>2</sub>	0,09
9	RuO <sub>4</sub>	0,08
10	In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,08
11	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,08

Pada Tabel 4.2 komposisi kimia serbuk cangkang keong mas kalsinasi suhu 1000 °C terdapat beberapa senyawa oksida dan yang paling tinggi yaitu kalsium oksida (CaO) yaitu 93,86%

**c. Analisis CaO suhu 1100 °C**

Jumlah sampel sebelum kalsinasi = 50 gram

Jumlah sampel setelah kalsinasi = 44,908 gram

**Tabel 4.3** Komposisi kimia serbuk cangkang keong emas kalsinasi 1100 °C

No.	Senyawa	Kadar %
1.	CaO	93,40
2.	SiO <sub>2</sub>	5,03
3.	SrO	0,73
4.	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,63
5.	TiO <sub>2</sub>	0,05
6.	V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,04
7.	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,03
8.	MoO <sub>3</sub>	0,02
9.	SnO <sub>2</sub>	0,01
10.	Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,01
11.	In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,01
12.	RuO <sub>4</sub>	0,09

Pada Tabel 4.3 komposisi kimia serbuk cangkang keong mas kalsinasi suhu 1100 °C terdapat beberapa senyawa oksida dan yang paling tinggi yaitu kalsium oksida (CaO) yaitu 93,40%

## 2. Karakterisasi Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ )

### a. Analisis XRD

Karakterisasi XRD bertujuan untuk mengidentifikasi struktur kristal dari kalsium titanat dan berfungsi untuk mengetahui parameter kisi, jenis struktur dan ukuran butir dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Hasil XRD dari $\text{CaTiO}_3$ suhu kalsinasi $900\text{ }^\circ\text{C}$

**Tabel 4.4** Hasil XRD kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) kalsinasi suhu  $900\text{ }^\circ\text{C}$

Jenis Mineral	Kadar %	Bentuk Kristal	Ukuran Partikel
Kalsium Titanat	84,2%	ortorombik	17,65 nm

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk adalah kristal  $\text{CaTiO}_3$  yang dihasilkan dari hasil sintesis cangkang keong mas berbentuk kristal orthrombik dengan nilai rata-rata ukuran kristal yang dominan yaitu 17, 65 nm dengan derajat kristalinitas sebesar 84,2%.

#### 2. Hasil XRD dari $\text{CaTiO}_3$ suhu kalsinasi $1000\text{ }^\circ\text{C}$

**Tabel 4.5** Hasil XRD kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) kalsinasi suhu  $1000\text{ }^\circ\text{C}$

Jenis Mineral	Kadar %	Bentuk Kristal	Ukuran Partikel
Kalsium Titanat	64,7%	ortorombik	35,96 nm

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk adalah  $\text{CaTiO}_3$  yang dihasilkan dari hasil sintesis cangkang keong mas yang berbentuk kristal orthrombik dengan nilai rata-rata ukuran kristal yang dominan yaitu 35,96 nm dengan derajat kristalinitas sebesar 64,7%.

### 3. Hasil XRD dari $\text{CaTiO}_3$ suhu kalsinasi 1100 °C


**Tabel 4.6** Hasil XRD kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) kalsinasi suhu 1100 °C

Jenis Mineral	Kadar %	Bentuk Kristal	Ukuran Partikel
Kalsium Titanat	55,7%	ortorombik	34,89 nm

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk adalah kristal  $\text{CaTiO}_3$  yang dihasilkan dari hasil sintesis cangkang keong mas yang berbentuk bentuk kristal orthrombik dengan nilai rata-rata ukuran kristal yang dominan yaitu 34,89 nm dengan derajat kristalinitas sebesar 55,7%.


#### b. Analisis *Scanning Electron Microscopy* (SEM)

Bentuk morfologi  $\text{CaTiO}_3$  hasil sintesis dari cangkang keong mas dengan SEM adalah sebagai berikut:

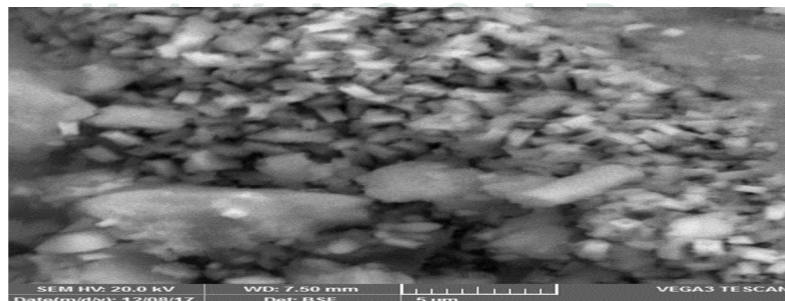


**Gambar 4.1** hasil SEM dengan perbesaran 5  $\mu\text{m}$  pada suhu 900 °C



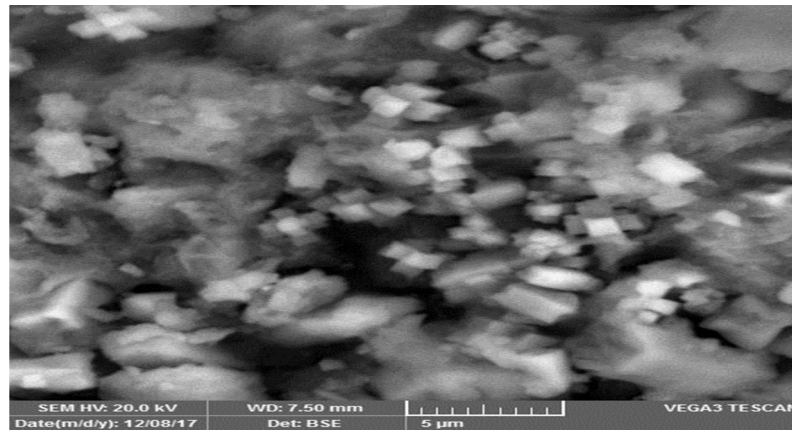

**Gambar 4.2** hasil SEM dengan perbesaran 5  $\mu\text{m}$  pada suhu 1000  $^{\circ}\text{C}$

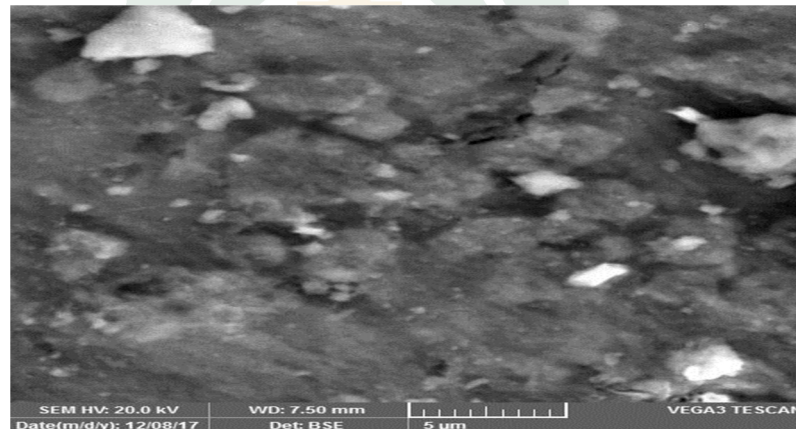

**Gambar 4.3** hasil SEM dengan perbesaran 5  $\mu\text{m}$  pada suhu 1100  $^{\circ}\text{C}$

## B. Pembahasan

### 1. Preparasi Cangkang Keong Mas (*Pomacea Canalicuata*)

Cangkang keong mas yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkang keong mas yang berasal dari persawahan Kabupaten Gowa selanjutnya dilakukan preparasi pada cangkang keong mas dimana preparasi dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada cangkang dimana sampel cangkang keong mas preparasi diwali dengan perendaman dengan air panas, perendaman ini dilakukan untuk mempermudah keluarnya daging dari cangkang keong mas setelah itu dicuci

menggunakan air secara berulang-ulang untuk memastikan tidak ada lagi kotoran yang menempel di luar maupun di dalam lubang cangkang. Setelah itu cangkang tersebut di tiriskan sambil diangin-anginkan agar cangkang tersebut betul-betul tidak terdapat lagi air di lubang cangkang keong mas. Setelah itu dihaluskan hal ini bertujuan untuk mendapatkan cangkang keong mas yang berukuran 100 *mesh*. Selanjutnya di oven pada suhu 100 °C untuk memastikan tidak ada lagi air yang terdapat dalam serbuk cangkang keong mas.

## 2. Pembuatan Serbuk Kalsium Oksida (CaO)

Pembuatan serbuk kalsium oksida ini (CaO) diawali dengan melakukan kalsinasi atau dengan menggunakan teknik sintering (pemanasan dengan suhu tinggi) dengan menggunakan tanur suhu 900 °C, 1000 °C, 1100 °C selama 5 jam yang bertujuan untuk menghilangkan karbonat yang merupakan zat pengganggu dalam pembuatan krisal. Kalsinasi bertujuan untuk mengeliminasi komponen organik dan mengkonversi senyawa kalsium karbonat (CaCO<sub>3</sub>) sebagai komponen utama cangkang menjadi kalsium oksida (CaO).




Reaksi diatas merupakan reaksi penguraian CaCO<sub>3</sub> menghasilkan CaO dengan melepaskan CO<sub>2</sub> dalam bentuk gas. Senyawa CaO yang dihasilkan pada reaksi diatas nantinya digunakan sebagai prekursor dalam pembentukan CaTiO<sub>3</sub>. Sedangkan CO<sub>2</sub> yang terkandung di dalam kalsium karbonat akan menguap ketika dipanaskan pada suhu tinggi.

Berdasarkan penguraian reaksi diatas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Setiowati, dkk., 2014) yang menggunakan cangkang kerang darah pada temperatur kalsinasi 900 °C selama 5 jam menghasilkan kalsium oksida.

### 3. Analisis kalsium oksida (CaO) menggunakan XRF

Uji kuantitatif sampel cangkang keong mas dengan menggunakan alat instrument XRF. Pengujian dengan XRF ini dapat digunakan untuk menentukan komposisi kima yang terdapat pada cangkang keong mas.

Tabel 4.1 data hasil pengujian XRF pada sampel cangkang keong mas kalsinasi suhu 900 °C dapat dilihat bahwa komponen yang paling banyak yaitu CaO 95,60% kemudian sisanya merupakan senyawa lain yang persentasinya sangat kecil salah satunya yaitu SiO<sub>2</sub> 3,05% dan senyawa-senyawa yang lain persentasinya di bawah 1%. Tabel 4.2 data hasil pengujian XRF pada sampel cangkang keong mas kalsinasi suhu 1000 °C dapat dilihat bahwa komponen yang paling banyak yaitu CaO 93,86 % kemudian sisanya merupakan senyawa lain yang persentasinya sangat kecil yaitu salah satunya yaitu dan SiO<sub>2</sub> 4,721% dan senyawa lainnya dibawah 1% . Begitupun dengan Tabel 4.3 data hasil pengujian XRF kalsinasi suhu 1100°C komponen yang paling banyak yaitu CaO 93,40% dan sisanya merupakan senyawa lain yang persentasinya sangat kecil yaitu SiO<sub>2</sub> 5,03%,

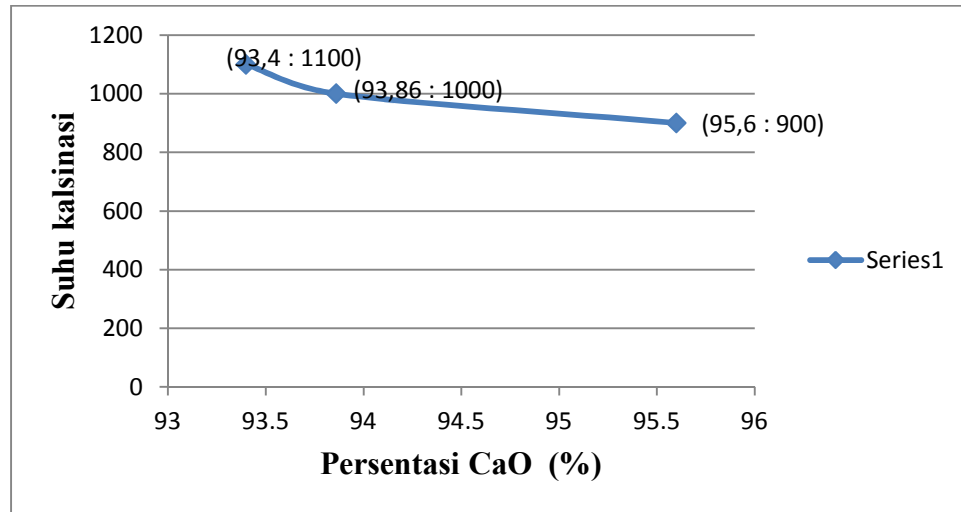

**Gambar 4. 4** grafik hubungan antara suhu dengan kadar CaO

Berdasarkan Grafik di atas dapat dilihat bahwa kandungan cangkang keong mas yang paling dominan adalah CaO yang berturut-turut yaitu 95,60%, 93,86%, 93,40%. Berdasarkan data penelitian di atas sesuai dengan penelitian menurut (Islami, dkk., 2014) yang menganalisis kadar CaO dari cangkang keong mas dari daerah Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sebagai adsorben tembaga (Cu) dimana kadar CaO sebesar 92,29%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa komposisi CaO yang tertinggi adalah cangkang keong mas dari kabupaten Gowa dibandingkan dari daerah tersebut. Hal ini karena dipengaruhi letak geografis.

Berdasarkan data di atas juga dapat dilihat bahwa semakin tinggi kalsinasi semakin berkurang kadar CaO pada sampel cangkang keong. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Solechan dan Anwar, 2014) yang menggunakan variasi kalsinasi pada suhu 300 °C; 600 °C; 900 °C dan 1200 °C dimana pada temperatur 600 °C memberikan kristalinitas yang sedikit lebih tinggi dari pada temperatur 300 °C. Kemudian di temperatur 900 °C kristalinasinya lebih tinggi dari pada di 600 °C kemudian di suhu 1200 °C terjadi penurunan kristalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa

di suhu 900 °C sampel telah terbentuk kristal dengan tingkat kristalisasi yang tinggi atau kristal yang sempurna dan suhu di atas 900 °C menunjukkan penurunan dengan kristanalitas yang disebabkan oleh kerusakan kristal dari sampel tersebut akibat temperatur dari kalsinasi tersebut. Selain itu juga terdapat penelitian (Solechahan, 2015) yang menggunakan variasi kalsinasi pada suhu 900 °C, 100 °C dan 1100 °C yang menyatakan bahwa suhu kalsinasi yang optimum adalah suhu 900 °C karena persentasi kristalisasinya lebih tinggi dari pada suhu 1000 °C sedangkan suhu 1000 °C lebih tinggi dari pada suhu 1100 °C.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini banyaknya kandungan CaO yang terdapat pada cangkang keong mas yaitu sekitar 95,60% ini menandakan bahwa nikmat Allah sangat luas kepada ummatnya sesuai dengan surah (Q.S Ibrahim [14]:34)

وَأَتَيْنَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

Terjemahannya:

“dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Maksud ayat di atas yaitu sudah banyak anugrah Allah tetapi itu baru sedikit dari anugrah-Nya yang telah melimpah. Untuk menyebutnya diperlukan sederet ungkapan sedangkan untuk menghitungnya merupakan hal yang mustahil, maka secara singkat ayat ini menyatakan : *dan dia telah menganugerahkan kepada kamu* segala keperluan hidup kamu dari segala yang kamu mohonkan kepada Nya baik permohonan secara

lisan maupun sekedar melihat kebutuhan kamu tanpa permohonan lisan. Dan jika kamu *menghitung nikmat Allah* yang telah di anugerahkan-Nya kepada kamu niscaya tidak dapat menghitungnya. Sungguh banyak nikmat itu namun banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Sesungguhnya manusia yang tidak mensyukuri yakni sangat zalim dan kafir, yakni sangat mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat Allah itu (Shihab, 2002, vol.7: 61-62 )

Allah memberikan penegasan bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kamu tidak dapat kamu menghitungnya salah satu nikmatnya yaitu berasal dari cangkang keong mas yang meskipun diketahui hanya menjadi hama pada tumbuhan ternyata dibalik semua itu ada cangkang keong mas mengandung kalsium oksida yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia itu sendiri dan Allah selalu memerintahkan untuk selalu bersyukur kepada-Nya atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita.

#### **4. Sintesis Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ )**

Sintesis hidrotermal didefinisikan sebagai metode penumbuhan material (kristal) di dalam air panas pada tekanan tinggi. Penumbuhan kristal dilakukan di dalam *autoclave* dari bahan *stainless steel*. Jika temperatur meningkat maka tekanan akan meningkat dalam *autoclave*. Metode hidrotermal merupakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan kristal yang baik bentuk dan komposisi yang dapat dicapai (Sari, 2009: 2)


Sintesis kalsium titanat dengan metode hidrotermal membutuhkan prekursor  $\text{CaO}$  dan  $\text{TiCl}_4$ . Pemilihan  $\text{TiCl}_4$  sebagai prekursor karena beberapa peneliti telah mengembangkan beberapa metode sintesis sehingga sintesis dapat dilakukan pada suhu rendah di bawah  $200\text{ }^\circ\text{C}$  yaitu dengan tidak menggunakan  $\text{TiO}_2$ . Berdasarkan

penelitian (wahyuni, 2009), yang menggunakan  $\text{TiO}_2$  sebagai prekursor yang membutuhkan suhu  $200\text{ }^\circ\text{C}$  pada saat proses hidrotermalnya sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan prekursor  $\text{TiO}_2$  tetapi menggunakan  $\text{TiCl}_4$ .

Penelitian kalsium titanat ini yaitu dengan mereaksikan air bebas ion ditambahkan  $\text{HCl}$  pekat kemudian  $\text{TiCl}_4$  yang akan menghasilkan senyawa  $\text{TiOCl}_2$ , selanjutnya di aduk dengan menggunakan pengaduk magnetik stirer selama 60 menit. Kemudian senyawa  $\text{TiOCl}_2$  dapat terbentuk setelah di simpan dalam lemari es dan larutan akan berubah dari putih menjadi bening. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Saputra, 2010: 18) yang menggunakan larutan  $\text{TiCl}_4$  sebagai prekursor dalam pembuatan  $\text{TiOCl}_2$  dimana larutan tersebut akan terbentuk warna putih. Dan akan berubah menjadi warna bening setelah di simpan dalam lemari es. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:



Selanjutnya  $\text{TiOCl}_2$  yang sudah terbentuk di tambahkan larutan  $\text{CaCl}_2$  dimana larutan  $\text{CaCl}_2$  ini dapat terbentuk dengan menimbang  $\text{CaO}$  dari cangkang keong mas kemudian ditambahkan  $\text{HCl}$ . Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Solecha, dkk., 2015: 2) yang menyatakan bahwa serbuk cangkang telur yang merupakan sumber  $\text{CaO}$  dicampur dengan  $\text{HCl}$  menghasilkan reaksi  $\text{CaCl}_2$  sebagaimana reaksi di bawah berikut:



Selanjutnya dilakukan penambahan NaOH sampai pH 12 pada campuran larutan CaCl<sub>2</sub> dan TiOCl<sub>2</sub> untuk pembentukan kristal CaTiO<sub>3</sub>. Hal ini sesuai dengan teori yang dilakukan (Lim dkk., 2014 ) yaitu pH 12 adalah pH yang optimum untuk pembentukan kristal CaTiO<sub>3</sub> dengan ukuran yang relatif kecil. Reaksi yang terjadi dalam pembentukan kristal CaTiO<sub>3</sub> pada pH 12 adalah :



Keberadaan basa (OH<sup>-</sup>) mempunyai peranan penting dalam reaksi pembentukan CaTiO<sub>3</sub>. Keberadaan OH<sup>-</sup> mendukung terjadinya pembentukan CaTiO<sub>3</sub>. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan pH basa karena pada kondisi asam tidak terbentuk CaTiO<sub>3</sub>. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Julianto, 2012) pada kondisi asam, tidak terjadi pembentukan CaTiO<sub>3</sub> disebabkan tidak tersedianya OH<sup>-</sup> pada reaksi tersebut. Senyawa TiOCl<sub>2</sub> tidak dapat bereaksi dengan ion Ca<sup>2+</sup> sehingga proses pemanasan yang terjadi hanya akan mengubah TiOCl<sub>2</sub> menjadi TiO<sub>2</sub>. Berdasarkan reaksi diatas dapat dilihat bahwa terdapat reaksi antara asam dan basa. Ion-ion OH<sup>-</sup> bereaksi dengan asam dari TiOCl<sub>2</sub>, sehingga ketersediaan OH<sup>-</sup> sangat penting untuk mendukung terjadinya pembentukan CaTiO<sub>3</sub>. Setelah itu larutan tersebut (CaTiO<sub>3</sub>) dimasukkan ke dalam reaktor hidrotermal dimana dalam reaktor ini pembentukan CaTiO<sub>3</sub> di pengaruhi oleh tekanan yang menyebabkan kemurnian kristal CaTiO<sub>3</sub> akan meningkat dengan meningkatnya tekanan dalam alat yang digunakan pada proses sintesis. Adapun penyebab kemurnian kristal CaTiO<sub>3</sub> karena metode hidrotermal memanfaatkan tekanan tinggi untuk pembentukan kristal (Saputra, 2010).



Kristal  $\text{CaTiO}_3$  kemudian di saring untuk mendapatkan residu  $\text{CaTiO}_3$  kemudian residu tersebut di oven pada suhu  $150\text{ }^\circ\text{C}$  yang bertujuan untuk menguapkan kadar air dan asam kristal  $\text{CaTiO}_3$  sehingga pada penelitian ini variasi suhu kalsinasi dengan menggunakan suhu  $900\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $1000\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $1100\text{ }^\circ\text{C}$  menghasilkan derajat kristanilisasi pada suhu  $900\text{ }^\circ\text{C}$  yaitu  $84.2\%$ , dengan ukuran kristal  $17,65\text{ nm}$ , suhu  $1000\text{ }^\circ\text{C}$  menghasilkan derajat kristalisasi yaitu  $64,7\%$  dengan ukuran kristal yaitu  $35,96\text{ nm}$  sedangkan suhu  $1100\text{ }^\circ\text{C}$  menghasilkan derajat kristalisasi yaitu  $55.7\%$  dengan ukuran kristal yaitu  $34,897\text{ nm}$ .


## **5. Karakterisasi $\text{CaTiO}_3$ Cangkang Keong Mas**

### **a. Analisis menggunakan *X-Ray Diffraction* XRD**

$\text{CaTiO}_3$  hasil sintesis kemudian di karakterisasi dengan menggunakan *X-Ray Diffraction* (XRD) dengan menggunakan sinar X (shimadzu XRD-7000), hal ini bertujuan untuk mengkarakterisasi struktur kristal, ukuran kristal dari suatu bahan padat. Data yang diperoleh berupa jarak antar bidang, intensitas dan besar sudut 2 theta ( $2\theta$ ).


Hasil analisis XRD dengan variasi pada pembuatan CaO menghasilkan pola difraksi yang berbeda-beda seiring meningkatnya suhu kalsinasi yang mempengaruhi derajat kristalisasinya. Variasi suhu kalsinasi pembuatan CaO sangat mempengaruhi proses sintesis. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Solechan, 2015) bahwa suhu kalsinasi sangat mempengaruhi derajat kristalisasinya dimana variasi yang digunakan yaitu  $900\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $1000\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $1100\text{ }^\circ\text{C}$  dan yang optimum derajat kristalisasinya terjadi pada suhu  $900\text{ }^\circ\text{C}$ .

Pengujian XRD ini menunjukkan jenis dari mineral dari  $\text{CaTiO}_3$  adalah ortorombik. Difraktogram  $\text{CaTiO}_3$  teraktifasi dapat dilihat pada hasil XRD pada suhu 900 °C, 1000 °C, 1100 °C. Dimana pada suhu kalsinasi 900 °C spektrum pada Gambar 4.5 dibawah ini terdapat puncak-puncak fase sudut  $2\theta$  23,3000<sup>0</sup>; 33,4088<sup>0</sup>; 47,4043<sup>0</sup>; 59,19000<sup>0</sup>; 69,23000<sup>0</sup> yang menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk adalah kristal  $\text{CaTiO}_3$

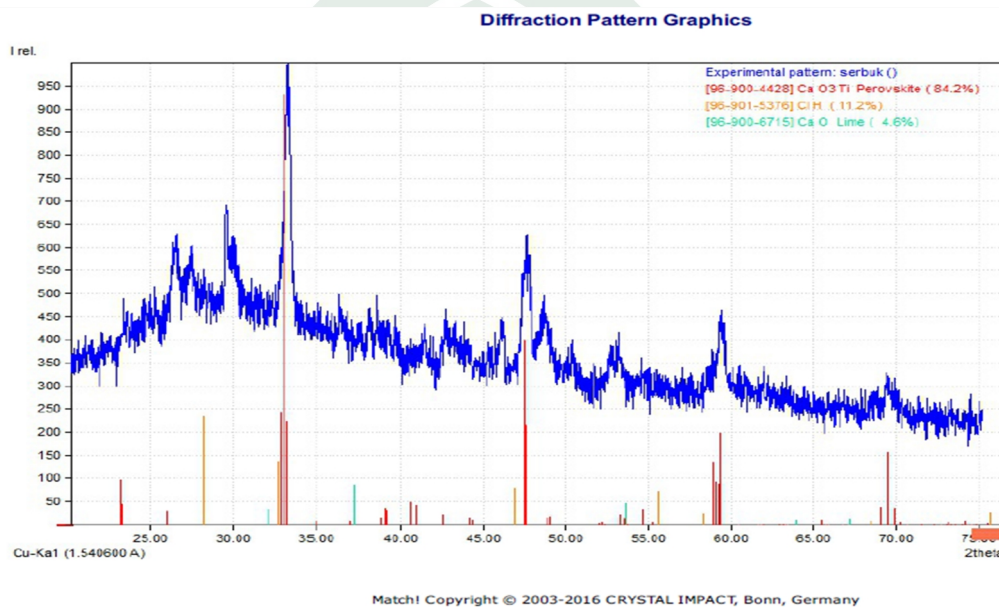


**Gambar 4.5** Analisis XRD Hasil Sintesis  $\text{CaTiO}_3$  suhu kalsinasi 900 °C

Kemudian diafraktogram pada suhu kalsinasi 1000 °C spektrum pada Gambar 4.6 di bawah ini terdapat puncak-puncak fase sudut  $2\theta$  24,2395<sup>0</sup>; 33,6200<sup>0</sup>; 44,0459<sup>0</sup>; 47,8673<sup>0</sup>; 59,6040<sup>0</sup>; 69,234 yang diperoleh menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk adalah kristal  $\text{CaTiO}_3$ .

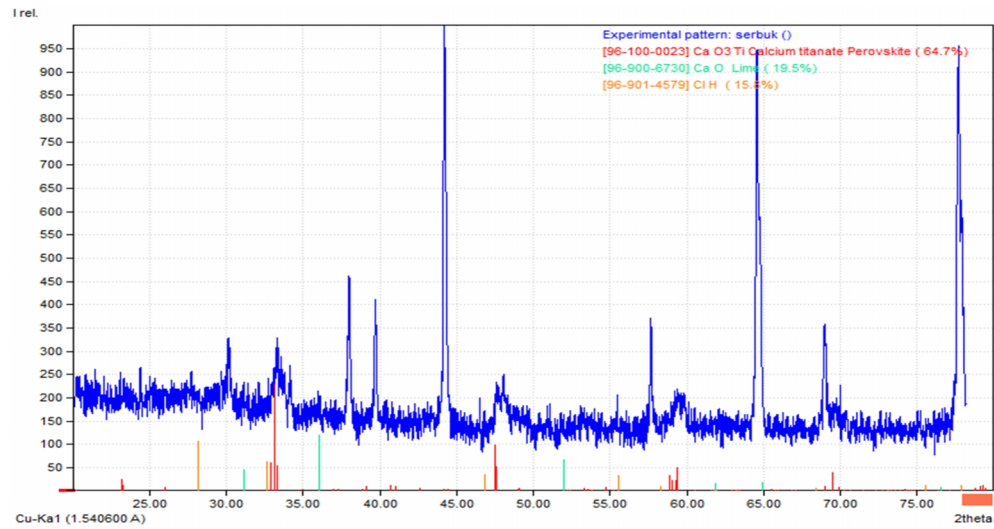

**Gambar 4.6** Analisis XRD Hasil Sintesis  $\text{CaTiO}_3$  suhu kalsinasi  $1000^\circ\text{C}$

Selanjutnya difraktogram pada suhu kalsinasi  $1100^\circ\text{C}$  yaitu menunjukkan puncak difraksi yaitu  $2\theta = 23,6066^\circ$ ;  $33,4133^\circ$ ;  $47,4600^\circ$ ;  $59,7200^\circ$ ;  $69,6000^\circ$  yang diperoleh menunjukkan bahwa kristal yang terbentuk adalah kristal  $\text{CaTiO}_3$ .

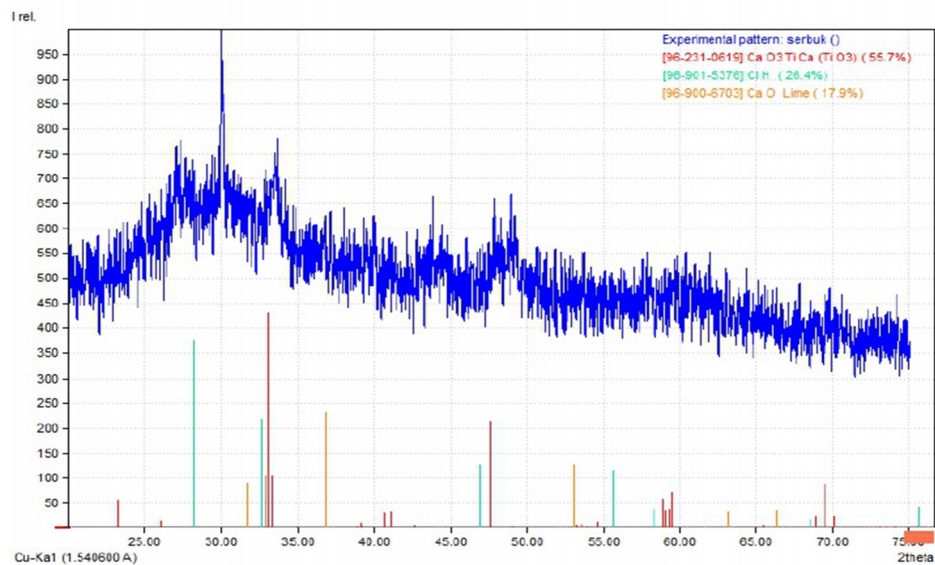

**Gambar 4.7** Analisis XRD Hasil Sintesis  $\text{CaTiO}_3$  suhu kalsinasi  $1100^\circ\text{C}$

Berdasarkan hasil XRD diatas ketiga variasi kalsinasi tersebut pada puncak utamanya peak yang memiliki intensitas paling tinggi terdapat pada sudut  $2\theta$  yaitu pada suhu  $900\text{ }^{\circ}\text{C} = 33.0488$ ,  $1000\text{ }^{\circ}\text{C} = 33,6200$ ,  $1100\text{ }^{\circ}\text{C} = 33,4133$ . ketiga hasil XRD memiliki puncak  $2\theta$  mulai dari rata-rata  $23^{\circ}$  sampai  $69^{\circ}$  dengan pola difraksi JCPDS 96-900-9082 dan menunjukkan bentuk mineral ortorombik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Hakim, 2014) yang menghasilkan puncak difraksi pada sudut  $2\theta$  yaitu mulai dari  $33.14^{\circ}$  sampai  $69,45^{\circ}$ ; yang menunjukkan bentuk kristal puncak yang tajam menunjukkan  $\text{CaTiO}_3$  hasil sintesis memiliki kekristalan yang tinggi sedangkan penelitian yang dilakukan (Husnah dan Hamzah, 2014) menghasilkan puncak  $\text{CaTiO}_3$  yang memiliki intensitas yang tinggi dan tajam dan menunjukkan pada sudut  $2\theta$  mulai dari  $23,36^{\circ}$  sampai  $59,42^{\circ}$ .

Data difraktogram  $\text{CaTiO}_3$  ukuran kristal dengan menggunakan perhitungan FWHM (*Full Width at Half Maximum*) dengan menghitung analisis data ukuran partikel menggunakan persamaan *Scherrer*. Perhitungan dengan menggunakan *Scherrer* dapat dilihat pada lampiran di bawah diperoleh ukuran diameter partikel rata-rata sebesar yaitu pada  $900\text{ }^{\circ}\text{C}$  yaitu sebesar  $17,65\text{ nm}$  dengan derajat kristalisasi  $84,2\%$ ; suhu  $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$  yaitu sebesar  $35,96\text{ nm}$  dengan derajat kristalisasi  $64,7\%$ , sedangkan pada suhu  $1100\text{ }^{\circ}\text{C}$  yaitu sebesar  $34,89\text{ nm}$  dengan derajat kristalisasi  $55,7\%$ .

#### **b. Analisis *Scanning Electron Microscopy* (SEM)**

$\text{CaTiO}_3$  hasil sintesis dari cangkang keong mas dikarakterisasi dengan menggunakan SEM. Karakterisasi menggunakan SEM dilakukan untuk menentukan morfologi dari permukaan pada sampel.

Hasil pengukuran ditunjukkan pada Gambar 4.4; 4.5; 4.6 dimana terlihat butiran-butiran kristal. Pada suhu 900 °C memperlihatkan (Gambar 4.4) morfologi permukaan sampelnya terlihat butiran-butiran kristalnya lebih besar dan lebih banyak serta lebih jelas butiran kristalnya dari pada suhu 1000 °C (Gambar 4.5) dan suhu 1000 °C lebih banyak butiran kristalnya dari pada suhu 1100 °C (Gambar 4,6). Hal ini di perkuat dengan hasil XRD dimana kristal CaTiO<sub>3</sub> yang paling tinggi derajat kristalisasinya terdapat pada suhu 900 °C.

Berdasarkan hasil yang diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sari,2009) dimana observasi sampel 700 °C, sampel 800 °C dan sampel 900 °C. Ukuran butir pada sampel 900 °C; bagian permukaan terlihat lebih besar dibandingkan dengan sampel 800 °C dan 700 °C

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kadar CaO yang diperoleh dari proses kalsinasi suhu 900 °C, 1000 °C, 1100 °C pada cangkang keong mas (*Pomacea canaliculata*) yaitu berturut-turut pada suhu 900 °C yaitu 95,60%, pada suhu 1000 °C yaitu 93,86% dan pada suhu 1100 °C yaitu 93,40%.
2. Karakteristik CaTiO<sub>3</sub> dari cangkang keong mas (*Pomacea canaliculata*) yaitu ditentukan berdasarkan analisis XRD menghasilkan *ortorombik* dan memiliki intensitas paling tinggi terdapat pada suhu 900 °C yaitu 84.2%, dengan ukuran kristal 17,654 nm, suhu 1000 °C menghasilkan derajat kristalisasi yaitu 64,7% dengan ukuran kristal yaitu 35,968 nm sedangkan suhu 1100 °C menghasilkan derajat kristalisasi yaitu 55.7% dengan ukuran kristal yaitu 34,897 nm. Hasil karakterisasi CaTiO<sub>3</sub> menggunakan SEM menghasilkan ukuran butir pada kristal kalsinasi 900 °C yaitu ukurannya besar, rapat dan sangat jelas dibandingkan pada suhu 1000 °C dan 1100 °C.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan variasi suhu sintesis CaTiO<sub>3</sub> yang digunakan untuk membandingkan penelitian sebelumnya serta dapat menghasilkan CaTiO<sub>3</sub> yang lebih murni yang ditandai dengan puncak tertinggi berdasarkan data XRD.




## DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'an Al-Qarim, Kementrian Agama R.I 2015.
- Anggraini, A.S. "Preparasi dan Karakterisasi Limbah Biomaterial Cangkang Kerang Darah (*Anadara granosa*) Dari Pantai Muara Gading Mas Sebagai Bahan Dasar Biokeramik". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas lampung, 2016.
- Arita, Susilah dkk. " Pembuatan Katalis Heterogen Dari Cangkang Kerang Darah (*Anadara granosa*) dan Diaplikasikan Pada Reaksi Transesterifikasi Dari *Crude palm oil*". *Jurnal Teknik kimia* 20. No.3 (2014) h:31-37.
- Assolah, Achmad. "Sintesis Dan Karakterisasi Zeolit X Dari Lumpur Lapindo Dengan Variasi Komposisi  $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$  Menggunakan Metode Sol-Gel", *Skripsi*, Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Iskam Negri Maulana Malak Ibrahim, 2015.
- Bahri, Samsu. "Sintesis dan Karakteristik Zeolit X Dari Abu Vulkanik Gunung Kelud Dengan Variasi Rasio Nolar Si/Al Menggunakan Metode Sol-Gel", *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Delvita, Haryono, dkk. "Pengaruh Variasi Temperatur Kalsinasi Terhadap Karakteristik Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dalam Cangkang Keong Sawah (*Pila ampulacea*) yang terdapat di Kabupaten Pasaman" *Jurnal Pillar of Physics* 6 (2015) h: 17-24.
- Efendi, Lucy. "Statistik Daerah Kabupaten Gowa" (2015) h: 1-23.
- Elfianuari, Pramita. Sifat dan Aplikasi Perovskit  $\text{CaTiO}_3$  sebagai Penghantar Ion Oksigen" *Jurnal Department of Chemistry*. (2017) h.1-6.
- Fitriana, Vinda Nur. "Sintesis dan Karakterisasi Superkapasitor Berbasis Nanokomposisi  $\text{TiO}_2/\text{C}$ ", *Skripsi*, Malang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2014.
- Fatihah, "Aplikasi Perovskit  $\text{CaTiO}_3$  dalam Teknologi Membran" *Jurnal Department of Chemistry*. (2017) h.1-6.
- Goenharto dan Achmad, "Breket Titanium", *Jurnal Kedokteran Gigi* 38, No.3 (2005) h. 120-123
- Handayani, Devi. "Uji Efektivitas Pengendalian Keong Mas (*pomacea canaliculata* lamark) Pada Padi Sawah Dengan Menggunakan Rendaman Air Kapur Sirih ( $\text{CaCO}_3$ ) Dan Ekstrak Daun Ubi Karet (*manihot glaziovium*.a)". *Jurnal Edubi Tropika* 1, No. 2 (2013) h: 61-120.
- Husna dan Hamzah, "Pembuatan Membran Datar Asimetris  $\text{CaTiO}_3$ ", *Jurnal Sains dan Seni* 2, No.1 (2014) h: 1-7.
- Islami, dkk. "Potensi Abu Cangkang Keong Mas (*Pomacea canaliculata*) Sebagai Adsorben Tembaga Dalam Larutan". *Jurnal MIPA*, (2014) h: 1-8.




- Isnaningsih dan Ristayanti. "Keong Hama *pomacea* di Indonesia: Karakter Morfologi dan Sebarannya (*Mollusca, Gastropoda: Ampullariidae*) [Snail Pest Of *Pomacea* in Indonesia: Morphology And its Distribution (*Mollusca, Gastropoda: Ampullariidae*)]". *Jurnal Biologi* 10. No.4 (2011) h. 441-447.
- Julianto, Atri. " Sintesis  $\text{CaTiO}_3$  Dengan Memanfaatkan Cangkang Telur Sebagai Sumber  $\text{CaO}$ " *Skripsi*. Bogor: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2012.
- Krisnawan, Aris. "Karakterisasi Sampel Paduan Jenis AZ9 ID Dengan berbagai variasi waktu Milling Menggunakan X-Ray Fluorescence (XRF) Dan X-Ray Diffraction (XRD)", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Mulaim, Agus, dkk. "Kandungan Gizi Dan Karakterisasi Basah Dengan Substitusi Daging Keong Mas (*Pomacea Canaliculata* ),*Jurnal Fishtech*, Vol., 3, No., 4, (2013), h: 1-4.
- Nopriansyah, E. "Pembuatan Serbuk Cangkang Keong Mas (*Pomacea canaliculata L.*) Serta Aplikasinya Sebagai Penjernih Air Sungai dan Pengikat Logam Berat Kadmium", *Jurnal Teknologi Hasil Perikanan* 5, No.1 (2016) h: 1-10.
- Pancawati, Laras. "Preparasi Dan Karakterisasi Limbah Biomaterial Cangkang Keong Mas (*pomacea canaliculata lamarck*) Dari Daerah Peringsewu Sebagai Bahan Dasar Biokeramik" *Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas lampung, 2016.
- Pambudi, Nanda Dwi. "Pengaruh Metode Pengolahan Terhadap Kelarutan Mineral Keong Mas (*pomacea canaliculata*) Dari Perairan Situ Sede Bogor, *Skripsi*, Bogor: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Ala Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Riyanto."Aspek-Aspek Biologi Keong Mas (*Pomacea Canaliculata L*)" *Jurnal MIPA* 8, no.1 (2003): h. 1-6.
- Sari Lisma dian kartika dan Suminar. "Sintesis  $\text{MgTiO}_3$  - $\text{CaTiO}_3$  (MT-CT) dengan Memanfaatkan Kapur Alam dan Metode Pencampuran Larutan", *jurnal Teknik Pomits* 1, No. 1 (2012) h: 1-3.
- Sari, Linda Permata. "Karakteristik Dielektrik Sampel  $\text{CaTiO}_3$  Hasil Sintesis Hidrotermal Cangkang Telur Dan  $\text{TiO}_2$ ". *Skripsi*. FMIPA IPB, Bogor Bogor: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Saputra, Agus. "Sintesis dan Karakterisasi Barium Titanat dengan Modifikasi Metode ltds (*Low Temperature Direct Synthesis*)" *Skripsi*. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Saleha, dkk " Sintesis Dan Karakterisasi Hidroksiapatit dari Nanopartikel Kalsium Oksida ( $\text{CaO}$ ) Cangkang Telur Untuk Aplikasi *Dental Implan*" *jurnal Prosiding*, (2015) h: 124-127.
- Shihab,M. Quraish. *Tafsir Almisbah Volume 1 dan 10*. Ciputat: Lentera Hati, 2009.

- Setiowati, Rini, dkk. “Produksi Biodisel dari Minyak Goreng Bekas Menggunakan Katalis CaO Cangkang Kerang Darah Kalsinasi 900 °C” *Jurnal MIPA 1*, no.2 (2014) h:383-388.
- Solechan dan Saifudin “Studi Pembuatan *Scaffold Bovine Hydroxyapatite* dari Tulang Sapi untuk Aplikasi Implan Tulang Mandibula Menggunakan Metode Kalsinasi” *Jurnal Kedokteran 14*, no.2 (2014) h: 30-42.
- Solechan “Pembuatan Material Sintesis Nano Hydroxyapatite untuk Aplikasi *Scaffolds* Tulang Mandibula Dari Tulang Cumi Sotong Menggunakan Metode Kalsinasi” *Jurnal Gardan 5*, no. 1 (2015), h: 1-12.
- Toim, Anthon dan Suasmoro “Sintesis Dan Karakterisasi Xrd Bahan Keramik Ca<sub>0,95</sub>Ba<sub>0,05</sub>TiO<sub>3</sub> Melalui Metode Kopresipitasi”. *Jurnal.Seminar Nasional Fisika, Jakarta, (2015)*, h: 1-6.
- Wahyuni, N.F. “Karakterisasi Optik Dan Listrik Kalsium Titanat (CaTiO<sub>3</sub>) Hasil Sintesis Hidrotermal Dan Annealing”. *Skripsi*. Bogor: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Yanna, Syamsuddin, dkk. “Kajian Awal Produksi Biodisel Dari Minyak Nyamplung Menggunakan Katalis Cangkang Keong emas (*Pomacea sp.*)”. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset Dan Standarisasi Industri 11* 1. no. 1(2012): H. 1-24.

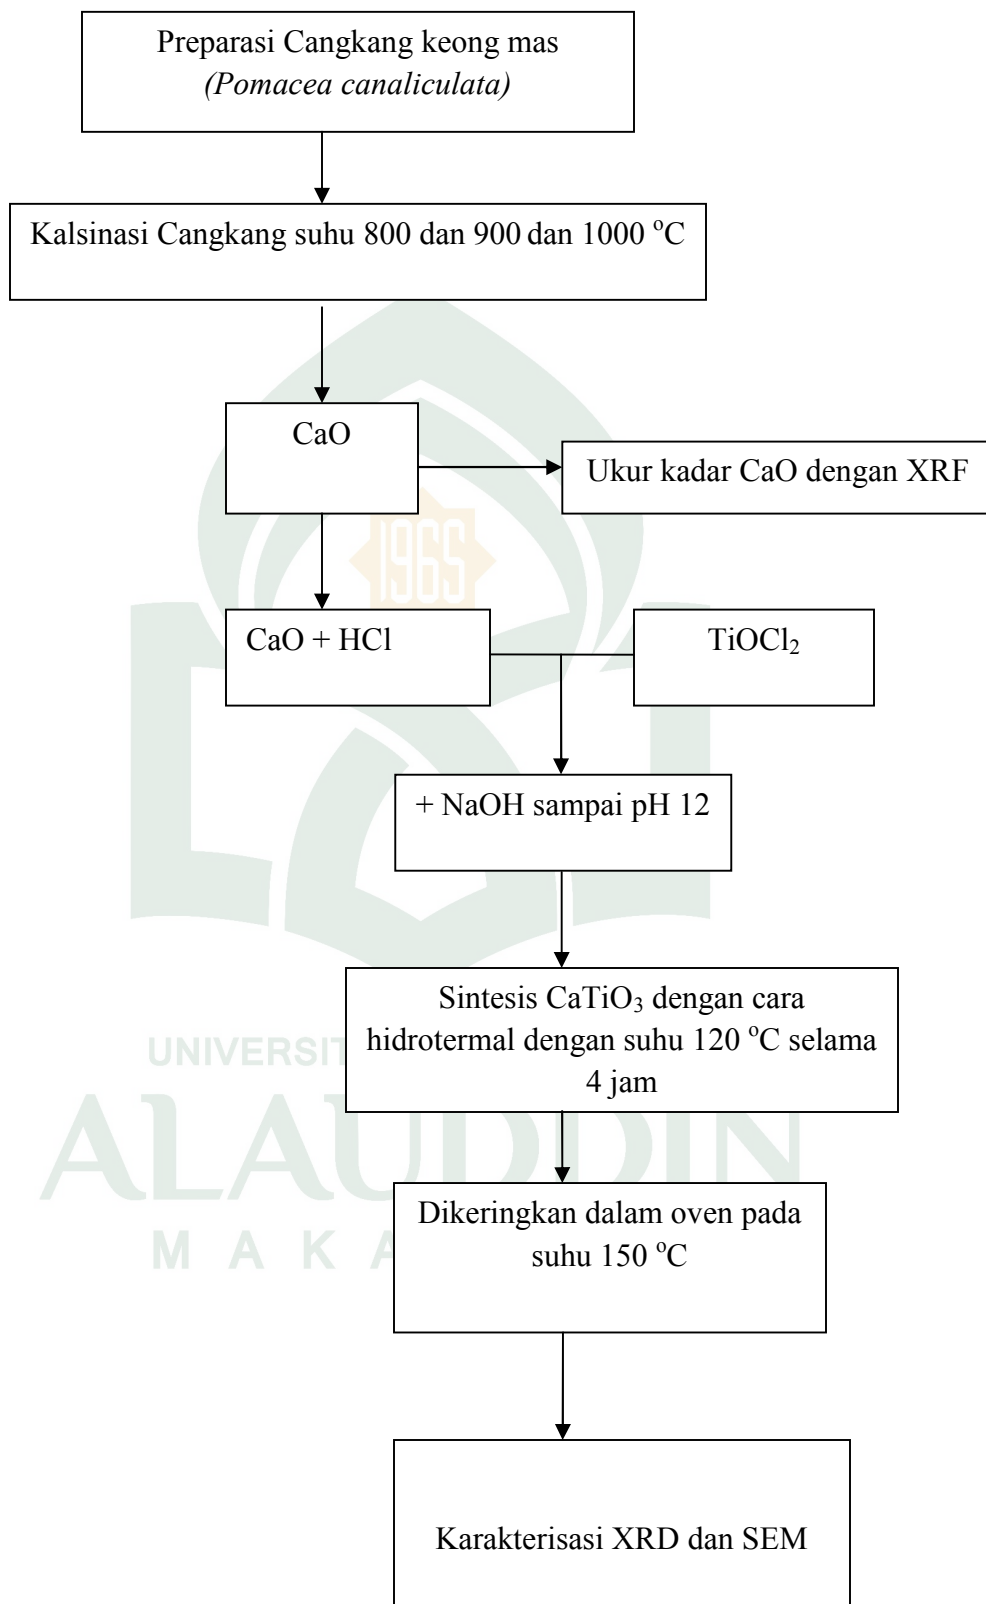**LAMPIRAN I Bagan Kerja Pembuatan Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ )**

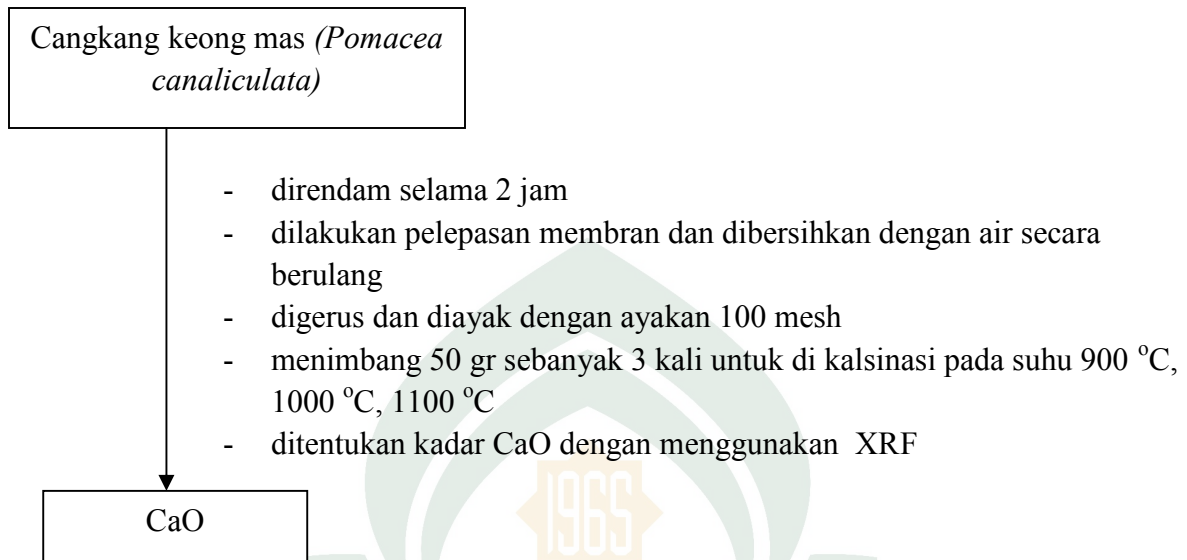**LAMPIRAN II Skema Kerja****a. Pembuatan serbuk kalsium oksida (CaO)**

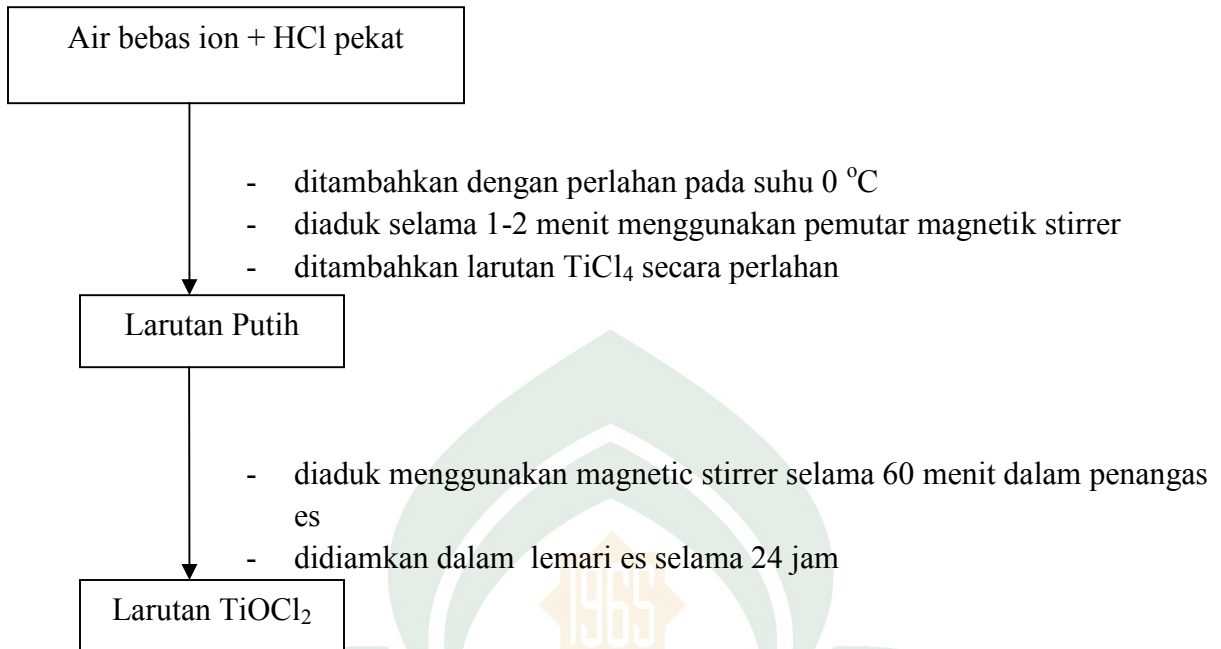
**b. Pembuatan Larutan  $\text{TiOCl}_2$** 

**c. Pembuatan Larutan  $\text{CaCl}_2$** 

Kalsium oksida ( $\text{CaO}$ ) + HCl 1 M

- Menimbang serbuk  $\text{CaO}$  berurutan 1,0676 gram; 1,0874 gram dan 1,0928 gram
- Masing-masing menambahkan HCl 1 M sebanyak 36,4 mL
- Diaduk hingga homogen

$\text{CaCl}_2$

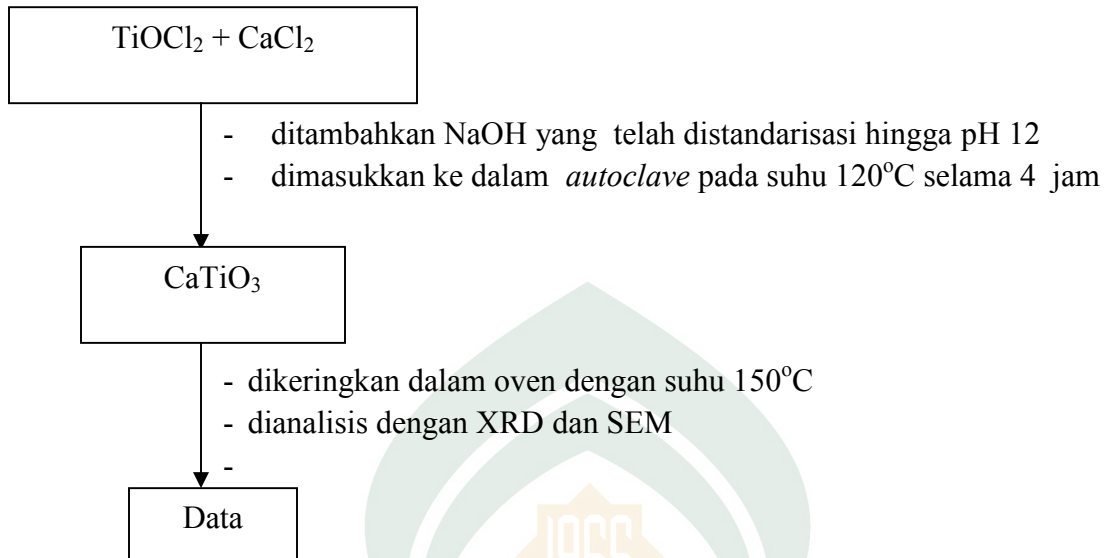**d. Pembuatan Kalsium titanat ( $\text{CaTiO}_3$ )**

## Lampiran 6 Pembuatan Larutan

### a. Pembuatan HCl 1 M dalam 250 mL

$$\begin{aligned} \text{Dik : Mr HCl} &= (H=1, Cl = 35,5) \\ &= 1 + 35,5 = 36,5 \text{ gr/mol} \end{aligned}$$

$$\text{MSDS HCl} = \% = 37 \%$$

$$\rho = 1,19 \text{ gr/mL}$$

$$M_2 = \frac{\% H \cdot \rho H \cdot x 1}{M H}$$

$$M_2 = \frac{37 \cdot 1,19 \text{ g/mL} \cdot x 1}{36,5 \text{ g/mol}}$$

$$M_2 = \frac{4,3 \text{ m}}{3,5 \text{ m}}$$

$$M_2 = 12,06 \text{ mol/mol}$$

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$250 \text{ mL} \cdot 1 \text{ M} = V_2 \cdot 12,06 \text{ M}$$

$$V_2 = \frac{250 \text{ mL} \cdot 1 \text{ M}}{12,06 \text{ M}}$$

$$V_2 = 20,729 \text{ mL}$$

### b. NaOH 6M dalam 250 mL

$$M = \frac{B}{M \cdot V}$$

$$\text{Bobot} = M \cdot M_r \cdot V$$

$$\text{Bobot} = 6 \text{ mol/L} \cdot 40 \text{ gr/mol} \cdot 0,25 \text{ L}$$

$$\text{Bobot} = 60 \text{ gr}$$



c. Perhitungan kadar CaO, pembuatan larutan  $\text{TiOCl}_2$  dan  $\text{CaCl}_2$

1. Pembuatan larutan  $\text{TiOCl}_2$  dan  $\text{CaCl}_2$

$$\text{Dik BJ}/\rho \text{ TiCl}_4 = 1,726 \text{ gram/mL}$$

$$\% \text{ TiCl}_4 = 99 \%$$

$$\text{Mr TiCl}_4 = 189,7 \text{ gram/mol}$$

Jadi


$$\begin{aligned} M &= \frac{\rho T_4 \cdot \% T_4 \cdot 1}{M T_4} \\ &= \frac{1,7 \text{ g /m} \times 9\% \times 1}{1,7 \text{ g /m}} \\ &= \frac{1,7 \text{ g /m}}{1,7 \text{ g /m}} \\ &= 9 \text{ M} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Gram} &= V \times M \times \text{MR} \\ &= 2 \times 9 \times 189,7 \\ &= 3,415 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Mol} &= \frac{\text{gram}}{\text{MR}} \\ &= \frac{3,4 \text{ g}}{1,7 \text{ g /m}} \\ &= 0,0182 \text{ mol} \end{aligned}$$

Perbandingan koefisien  $\text{TiCl}_4/\text{TiOCl}_2 = 1/1$

Sehingga mol  $\text{TiCl}_4 = \text{mol TiOCl}_2 = 0.0182 \text{ mol}$



mol  $\text{TiOCl}_2 = 0.0182 \text{ mol}$

Perbandingan koefisien  $\text{Ca}/\text{Ti} = 1/1$

Sehingga mol  $\text{TiOCl}_2 = \text{mol CaCl}_2 = 0.0182 \text{ mol}$



a. Sampel I dengan suhu  $900 \text{ }^\circ\text{C}$

Dik MR =  $0.0182 \text{ mol}$

Mol CaO =  $0.0182 \text{ mol}$

Massa CaO =  $0.0182 \text{ mol} \times 56.08 \text{ g/mol}$   
 $= 1.0206 \text{ g}$

Kadar CaO (%CaO) =  $95,60 \%$

CaO yang perlu ditimbang =  $\frac{1,0206 \text{ g}}{95,60 \%$

$= 0,0106 \%$

$= 1,0676 \text{ gram}$

Volume HCl yang dibutuhkan

Mol HCl =  $2 \times \text{mol CaO}$

$= 2 \times 0.0182 \text{ mol}$

$= 0.0364 \text{ mol}$

Konsentrasi HCl yang dipakai 1 M

$$M = \text{mol}/V$$

$$V = 0.0364 \text{ mol}/1 \text{ M}$$

$$= 0.0364 \text{ L}$$

$$= 36,4 \text{ mL}$$

b. Sampel I dengan suhu 1000 °C

$$\text{Kadar CaO (\%CaO)} = 93,86 \%$$

$$\text{CaO yang perlu ditimbang} = \frac{1,0207 \text{ g}}{93,86 \%}$$

$$= 1,0874 \text{ gr}$$

Volume HCl yang dibutuhkan

$$\text{Mol HCl} = 2 \times \text{mol CaO}$$

$$= 2 \times 0.0182 \text{ mol}$$

$$= 0.0364 \text{ mol}$$

Konsentrasi HCl yang dipakai 1 M

$$M = \text{mol}/V$$

$$V = 0.0364 \text{ mol}/1 \text{ M}$$

$$= 0.0364 \text{ L}$$

$$= 36,4 \text{ mL}$$

c. Sampel I dengan suhu 1100 °C

$$\text{Kadar CaO (\%CaO)} = 93,40 \%$$

$$\text{CaO yang perlu ditimbang} = \frac{1,0207 \text{ g}}{93,40 \%$$

$$= 1,0928 \text{ g}$$

Volume HCl yang dibutuhkan

$$\begin{aligned} \text{Mol HCl} &= 2 \times \text{mol CaO} \\ &= 2 \times 0,0182 \text{ mol} \\ &= 0,0364 \text{ mol} \end{aligned}$$

Konsentrasi HCl yang dipakai 1 M

$$M = \text{mol/V}$$

$$V = 0,0364 \text{ mol/1 M}$$

$$= 0,0364 \text{ L}$$

$$= 36,4 \text{ mL}$$

## Lampiran 7 Perhitngan Kristal $\text{CaTiO}_3$

### a. Kristal $\text{CaTiO}_3$ 900 °C

**Tabel 1.** Data XRD Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) suhu 900 °C

No.	Theta ( $\theta$ ) (deg)	FWHM	Ukuran kristal
1	23,3000	0,52000	16,637
2	33,0488	0,49490	17,481
3	47,4043	0,55720	15,527
4	59,19000	0,48000	18,024
5	69,23000	0,42000	20,599
	Rata-rata		17,654

### b. Kristal $\text{CaTiO}_3$ 1000 °C

**Tabel 3.** Data XRD Kalsium Titanat ( $\text{CaTiO}_3$ ) suhu 1000 °C

No.	Theta ( $\theta$ ) (deg)	FWHM	Ukuran krsital (nm)
1	24,2395	0,8900	9,7038
2	33,6200	0,13140	65,854
3	44,0459	0,17270	5,020
4	59,6040	0,20800	41,595
5	47,8673	0,19870	43,656
6	69,2374	0,17310	49,982
	Rata-rata		35,968

c. Kristal CaTiO<sub>3</sub> 1100 °C

Tabel 3. Data XRD Kalsium Titanat (CaTiO<sub>3</sub>) suhu 1100 °C

No.	Theta (θ) (deg)	FWHM	Ukuran kristal (nm)
1	23,6066	0,21330	40,560
2	33,4133	0,57330	15,110
3	47,600	0,18400	47,002
4	59,7200	0,18660	46,365
5	69,600	0,34000	25,446
	Rata-rata		34,897

Keterangan:

Theta (θ) : Sudut bragg

FWHM : Lebar puncak difraksif sampel

Persamaan *scherrer*:

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}$$

Keterangan:

K : 0,98 tetapan Bragg

λ : 1,54 Å

β : nilai FWHM

θ : Sudut puncak

## 1. Data 1

$$2\theta = 23,3000$$

$$\text{FWHM} = 0,5200 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 0,5200 \times 0,174444 \text{ rad}$$

$$= 0,009071088$$

$$2\theta = 23,300$$

$$\theta = \frac{2,3}{2}$$

$$= 11,65 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 11,65 (0,174444) \text{ rad}$$

$$= 0,2032276$$

$$\text{Cos } \theta = 0,9999937095$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta c \theta}$$

$$D = \frac{0,9 - 1,5 \text{ \AA}}{0,0 (0,9)}$$

$$D = \frac{1,5 \text{ \AA}}{0,0}$$

$$D = 166,37579749 \text{ \AA}$$

$$D = 16.637579749 \text{ nm}$$

2. Data 2

$$2\theta = 33,048$$

$$\text{FWHM} = 0,49490 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 0,49490 \times 0,174444 \text{ rad}$$

$$= 0,0086332336$$

$$2\theta = 33,048$$

$$\theta = \frac{3,0}{2}$$

$$= 16,524 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 16,524 (0,174444) \text{ rad}$$

$$= 0,28825122656$$

$$\text{Cos } \theta = 0,9999873449$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta c \theta}$$

$$D = \frac{0,9 - 1,5 \text{ \AA}}{0,0 (0,9)}$$

$$D = \frac{1,5 \text{ \AA}}{0,0}$$

$$D = 174,81504349 \text{ nm}$$

$$D = 17,481504349 \text{ nm}$$



## 3. Data 3

$$2\theta = 47,4043$$

$$\text{FWHM} = 0,55720 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 0,55720 \times 0,174444 \text{ rad}$$

$$= 0,0097200197$$

$$2\theta = 47,4043$$

$$\theta = \frac{47,4}{2}$$

$$= 23,70215 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 23,70215 (0,174444) \text{ rad}$$

$$= 0,4134697855$$

$$\text{Cos } \theta = 0,9999739618$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \sin \theta}$$

$$D = \frac{0,9 - 1,5 \text{ \AA}}{0,0 (0,9)}$$

$$D = \frac{1,5 \text{ \AA}}{0,0}$$

$$D = 155,2712184 \text{ \AA}$$

$$D = 15,527121814 \text{ nm}$$

## 4. Data 4

$$2\theta = 59,19000$$

$$\text{FWHM} = 0,48000 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 0,48000 \times 0,174444 \text{ rad}$$

$$= 0,008373312$$

$$2\theta = 59,19000$$

$$\theta = \frac{59,19000}{2}$$

$$= 29,595 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 29,595 (0,174444) \text{ rad}$$

$$= 0,516267018$$

$$\text{Cos } \theta = 0,9999594052$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta c \theta}$$

$$D = \frac{0,9 - 1,5 \text{ \AA}}{0,0 (0,9)}$$

$$D = \frac{1,5 \text{ \AA}}{0,0}$$

$$D = 180.24662951 \text{ \AA}$$

$$D = 18,024662951 \text{ nm}$$

5. Data 5

$$2\theta = 69,23000$$

$$\text{FWHM} = 0,42000 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 0,42000 \times 0,174444 \text{ rad}$$

$$= 0,007326648$$

$$2\theta = 69,23000$$

$$\theta = \frac{69,23000}{2}$$

$$= 34,615 \left( \frac{3,1}{1} \right) \text{ rad}$$

$$= 34,615 (0,174444) \text{ rad}$$

$$= 0,603837906$$

$$\text{Cos } \theta = 0,9999444657$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta c \theta}$$

$$D = \frac{0,9 - 1,5 \text{ \AA}}{0,0 (0,9)}$$

$$D = \frac{1,5092 \text{ \AA}}{0,0073262411}$$

$$D = 205,99922653 \text{ \AA}$$

$$D = 20,599922653 \text{ nm}$$

**Diameter Rata-rata**

$$D_{\text{rata-rata}} = \frac{1,6 + 1,4 + 1,5 + 1,0 + 2,5}{5}$$

$$D_{\text{rata-rata}} = 17,6541 \text{ nm}$$



## Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian

### a. Pembuatan CaO cangkang keong mas (*Pomacea canaliculata*)



Sampel cangkang keong mas



Pengeringan cangkang



Penghalusan cangkang



Serbuk cangkang



Pengayakan



Pengovenan



Serbuk CaO hasil kalsinasi

Analisis XRF

**b. Pembuatan larutan**

Menimbang NaOH



Larutan NaOH 6 M



Pembuatan larutan HCl 1 M

### C. Pembuatan larutan $\text{TiOCl}_2$




Air bebas ion



Penambahan HCl ke dalam air bebas ion



Penambahan  $\text{TiCl}_4$

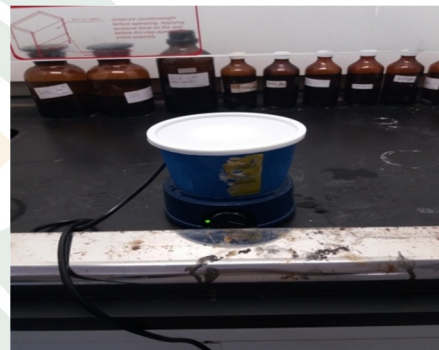

Pengadukan larutan dengan magnetik stirrer




Warna larutan  $\text{TiOCl}_2$



#### D. Pembuatan larutan $\text{CaCl}_2$




Menimbang CaO

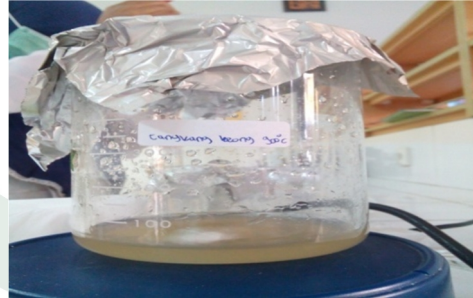

Pengadukan HCl dengan CaO

#### E. Pencampuran larutan $\text{CaCl}_2$ dan $\text{TiOCl}_2$

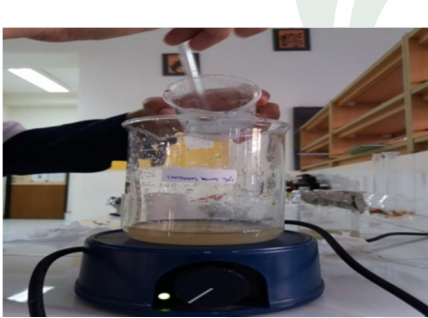


Pencampuran Larutan  $\text{TiOCl}_2$  dan  $\text{CaCl}_2$



Penambahan larutan NaOH sampai pH 12




Memasukkan ke dalam reaktor hidrotermal

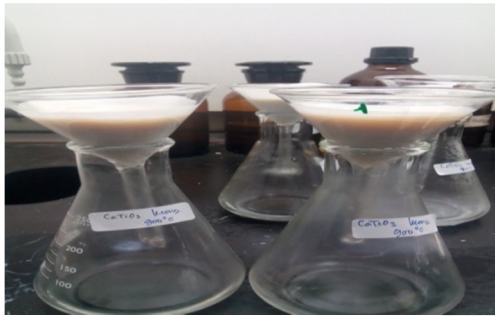

Penyaringan



Pengovenan suhu 150 °C

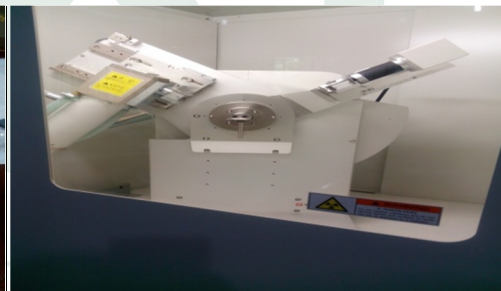Kristal CaTiO<sub>3</sub>

Analisis XRD

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Rezkiyani. Akrab disapa Reski, Lahir di Selayar yaitu di pulau Kayuadi 2 Mei 1996. Anak kedua dari bapak Amiruddin dan ibunda Firmawati. Sampai Saat ini, saya telah menempuh pendidikan, Sekolah dasar di SDN Bontolipang, SMP Negeri 1 Taka Bonerate, SMA Negeri 1 Taka Bonerate dan Terakhir menjadi salah satu alumni di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Kimia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R