

**SINTESIS DAN UJI KUALITAS PLASTIK *BIODEGRADABLE* DARI
PATI BIJI NANGKA MENGGUNAKAN VARIASI PENGUAT
LOGAM SENGG OKSIDA (ZnO) DAN
PLASTICIZER GLISEROL**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana sains
jurusan kimia pada fakultas sains dan teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FITRIYANI

NIM: 60500113063

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyani
NIM : 60500113063
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/ 22 Maret 1994
Jurusan : Kimia
Alamat : Jl. Pelita Raya VII no.3 Makassar
Judul : Sintesis dan Uji Kualitas Plastik *Biodegradable* dari Pati Biji Nangka Menggunakan Variasi Penguat Logam Seng Oksida (ZnO) dan *Plasticizer* Gliserol”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Januari 2018

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
FITRIYANI
NIM : 60500113063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sintesis dan Uji Kualitas Plastik *Biodegradable* dari Pati Biji Nangka Menggunakan Variasi Penguat Logam Seng Oksida (ZnO) dan *Plasticizer* Gliserol” yang disusun oleh Fitriyani, NIM: 60500113063, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 30 Januari 2018 M
13 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---|
| Ketua | : Dr. Hj. Wasilah, S. T., M. T |  |
| Sekretaris | : Asriani Ilyas, S.Si., M.Si |  |
| Munaqisy I | : Dra. Sitti Chadijah, M.Si |  |
| Munaqisy II | : Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si |  |
| Munaqisy III | : Dr. Muhsin Mahfudz, M. Ag |  |
| Pembimbing I | : H. Asri Saleh, S.T., M.Si |  |
| Pembimbing II | : Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd |  |

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 1993011001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas rahmat, rahman dan rahim-Nya yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “**Sintesis dan Uji Kualitas Plastik Biodegradable dari Pati Biji Nangka Menggunakan Variasi Penguat Logam Seng Oksida (ZnO) dan Plasticizer Gliserol**” dan shalawat serta salam selalu terurai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak Najamuddin dan Ibu Dirisiah serta saudariku (kakak Edy Najamuddin dan adik Sabdiansyah) yang senantiasa mendoakan penulis, dan beserta orang-orang yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta sejarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta sejarannya.
3. Ibu Sjamsiah, M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Kimia dan juga sebagai dosen penguji I yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

4. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si selaku Sekretaris jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Bapak H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Kurnia Ramadani S.Si., M.Pd selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku dosen penguji I, Ibu Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si selaku dosen penguji II dan Bapak Dr. Muhsin Mahfud, M.Ag selaku dosen penguji III yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Ibu Syamsidar HS, S.T., M.Si selaku dosen yang berkenan memberikan bimbingan, motivasi dan penyemangat.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, khususnya staf pengajar Jurusan Kimia.
9. Seluruh laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Terkhusus Kak Ahmad Yani, S.Si. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
10. Rekan penelitian saya Moh. Ridwan dan Yuni Sara yang selalu memotivasi dan menemani dari awal penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
11. Tim Anorganik Humaira Latuconsina, Fitriani D, Selvia, Yuliana Fahnur, Marlia Ilyas, Nurafni Rahman dan Putriani yang bersama-sama telah merasakan penelitian dalam suka maupun duka.
12. Little family kampus Moh. Ikhsanuddin DG M, Chaerul Umam Adam, Kasmawati, Nurul Azizah, Nada Pertiwi, Miftahul Jannah yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat The Norex Irwan, Nirmalasari, Nismayanti, Ika Citra Dewi, Kinanti Sri Rahayu dan Hamida Chenk, yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

14. Seluruh teman Jurusan Kimia angkatan 2013 dan pihak-pihak yang ikut andil secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Dan ucapan terima kasih kepada keluarga, rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga segala aktifitas keseharian kita ternilai ibadah oleh Allah swt.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Samata-Gowa, Januari 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penulis
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-5 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6-24 |
| A. Biji Buah Nangka..... | 5 |
| B. Pati..... | 9 |
| C. Seng Oksida (ZnO) | 12 |
| D. <i>Plasticizer</i> Gliserol..... | 13 |
| E. Plastik..... | 14 |
| F. Plastik <i>Biodegradable</i> | 16 |
| G. Karakteristik Plastik <i>Biodagradable</i> | 19 |
| 1. Uji Kekuatan Tarik (Tensile Strength) | 19 |
| 2. Uji Ketahanan Air | 21 |

| | |
|--|--------------|
| 3. Uji Biodegradabilitas | 21 |
| 4. FTIR (<i>Fourier Transform Infra Red</i>)..... | 22 |
| 5. SEM (<i>Scanning Electron Microscopy</i>) | 24 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 25-26 |
| A. Waktu dan Tempat | 25 |
| B. Alat dan Bahan..... | 25 |
| 1. Alat..... | 25 |
| 2. Bahan..... | 25 |
| C. Prosedur Kerja..... | 26 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 30-32 |
| A. Hasil Penelitian | 30 |
| B. Pembahasan..... | 32 |
| BAB V PENUTUP..... | 42 |
| A. Kesimpulan | 42 |
| B. Saran..... | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 43-45 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 46-59 |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Biji Buah Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i> L.) | 5 |
| Gambar 2.2 | Tanaman Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i> L.)..... | 7 |
| Gambar 2.3 | Struktur Kimia Amilosa | 10 |
| Gambar 2.4 | Struktur Kimia Amilopektin..... | 10 |
| Gambar 2.5 | Struktur Kristal ZnO..... | 12 |
| Gambar 2.6 | Alat Kuat Tarik..... | 20 |
| Gambar 2.7 | Skema FTIR | 23 |
| Gambar 4.1 | Hasil Uji Kuat Tarik | 34 |
| Gambar 4.2 | Hasil Uji Ketahanan Plastik <i>Biodegradable</i> Terhadap Air | 36 |
| Gambar 4.3 | Hasil Uji Biodegradabilitas | 38 |
| Gambar 4.4 | Hasil Uji FTIR..... | 39 |
| Gambar 4.5 | Hasil SEM Plastik <i>Biodegradable</i> dengan Konsentrasi ZnO 6% . | 41 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Komposisi Kimia Biji Nangka..... | 6 |
| Tabel 2.2 | Mekanik Plastik Sesuai SNI..... | 20 |
| Tabel 2.3 | Perkiraan Serapan Gugus Plastik <i>Biodegradable</i> Biji Nangka..... | 23 |
| Tabel 4.1 | Variasi Pembuatan Plastik <i>Biodegradable</i> | 30 |
| Tabel 4.2 | Hasil Uji Kuat Tarik..... | 31 |
| Tabel 4.3 | Hasil Uji Ketahanan Plastik <i>Biodegradable</i> Terhadap Air..... | 31 |
| Tabel 4.4 | Hasil Uji Biodegradabilitas..... | 31 |
| Tabel 4.5 | Hasil Uji FTIR | 31 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | Skema Umum Pembuatan Plastik <i>Biodagradable</i> | 47 |
| Lampiran 2 | Ekstraksi Pati Biji Nangka..... | 48 |
| Lampiran 3 | Pembuatan Plastik <i>Biodegradable</i> | 49 |
| Lampiran 4 | Karakterisasi Plastik <i>Biodegradable</i> | 50 |
| Lampiran 5 | Analisis Data..... | 53 |
| Lampiran 6 | Dokumentasi Penelitian..... | 56 |



ABSTRAK

Nama : Fitriyani

NIM : 60500113063

Judul : Sintesis dan Uji Kualitas Plastik *Biodegradable* dari Pati Biji Nangka Menggunakan Variasi Penguat Logam Seng Oksida (ZnO) dan *Plasticizer* Gliserol

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemasan plastik menyebabkan limbah plastik semakin lama semakin menumpuk dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Plastik *biodegradable* adalah plastik biopolimer yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat menjadi alternatif pengganti plastik yang ramah lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kondisi optimum penambahan penguat logam seng oksida (ZnO) dan *plasticizer* gliserol dari pati biji nangka melalui metode *melt intercalation* dengan variasi masing-masing ZnO 3%, 6%, 9% dan gliserol 15%, 25% dan 35%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi optimum plastik *biodegradable* yaitu pada sampel I dengan komposisi pati 5 gram, *plasticizer* gliserol 15% dan seng oksida (ZnO) 6% dengan nilai kuat tarik 7.878 N/mm², hidrofobisitas 71.860%, biodegradabilitas 68.828% dengan waktu degradasi 13 hari.

Kata kunci: Plastik *Biodegradable*, gliserol, biji nangka, seng oksida.

ABSTRACT

Nama : Fitriyani

NIM : 60500113063

Judul : Synthesis and Test quality of *Biodegradable Plastic From Jackfruit Seed Starch Bean Using Variations Metal Zinc Oxide (ZnO) and Plasticizer Glycerol*

The Increasing of people needs of plastic causing more and more plastic waste to accumulate and cause environmental pollution. Biodegradable plastic is a biopolymer plastic that can be degraded easily by microorganism so it can be used as alternative replaced environmental friendliness. The purpose of this study was to determine the optimum concentration of metal oxide zinc oxide (ZnO) and plasticizer glycerol from jackfruit seed starch through melt intercalation method with each variation ZnO 3%, 6%, 9% and gliserol 15%, 25% and 35%. The results showed that the optimum condition of biodegradable plastic was in sample I with 5 gram starch composition, plasticizer glycerol 15% and zinc oxide (ZnO) 6% with tensile strength value 7.878 N/mm², hydrophobicity 71.860%, biodegradability 68.828% with degradation time 13 days.

Keywords: *Biodegradable plastics, glycerol, jackfruit seed, zinc oxide.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya teknologi dan industri akan diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi masyarakat pada bahan-bahan plastik yang menyebabkan limbah plastik semakin lama semakin menumpuk. Produksi limbah plastik di Indonesia menduduki peringkat kedua penghasil sampah domestik yaitu sebanyak 5,4 juta ton pertahun (Selpiana, 2012: 130). Jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Luasnya penggunaan plastik sebagai bahan baku kemasan disebabkan oleh berbagai keunggulan seperti ringan, mudah dibentuk, transparan dan tahan terhadap air (Puspita, 2013: 1).

Salah satu jenis plastik seperti polietilen (PE) merupakan plastik sintesis yang tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme di lingkungan karena mikroorganisme tidak mampu mengubah dan mensintesa enzim yang khusus untuk mendegradasi polimer petrokimia, akibatnya plastik yang tertimbun dalam tanah akan mempengaruhi kualitas air tanah serta dapat memusnahkan kandungan humus yang menyebabkan tanah menjadi tidak subur (Muzata, 2015: 1).

Penumpukan limbah plastik dalam skala besar dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan yang serius karena plastik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat terurai. Pada saat terurai partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah dan apabila plastik dibakar akan menghasilkan asap beracun seperti dioksin yang dapat memicu kanker dan gangguan saraf.

Dampak negatif dari pemakaian plastik sintesis telah mendorong para peneliti untuk membuat plastik yang dapat terurai secara alamiah atau disebut plastik *biodegradable*. Keuntungan dari penggunaan plastik *biodegradable* yaitu

berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga dapat terus dilestarikan. Berbagai bahan alami seperti polisakarida (pati, selulosa, lignin dan pektin) dapat digunakan sebagai bahan pembuatan plastik *biodegradable*.

Polisakarida merupakan struktur makromolekul yang mengandung banyak satuan monosakarida. Salah satu contoh polisakarida adalah pati. Pati adalah monomer polimer alam yang paling banyak dijumpai di alam. Polimer alam yang banyak digunakan oleh industri karena berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, *biodegradable* (dapat diuraikan), mempunyai sifat mekanis yang baik dan ekonomis. Saat ini, pati mempunyai potensi besar dalam pembuatan plastik *biodegradable* karena mudah didegradasi oleh alam menjadi senyawa-senyawa yang ramah lingkungan. Oleh sebab itu, beberapa penelitian terhadap polisakaria jenis pati sebagai bahan plastik ramah lingkungan dilakukan seperti sampel biji nangka (Purbasari, 2014), ubi jalar (Erfan, 2012), jagung (Coniwanti, 2013) dan biji durian (Kristiani, 2015). Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS ‘An-Nahl/14: 11. yang berbunyi:

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُرْسِلُ الرِّيحَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَمِنْ أَمْرِهِ أُمْدَانُ السَّنَةِ وَالْجَنَّةُ وَالسَّمَاءُ دُخَانٌ مُّسْكٍ مُّسْتَبِينٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۱﴾

Terjemahnya:

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman: zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Kementrian Agama RI, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan, bahwasanya Allah SWT menciptakan segala apa yang ada dibumi seperti tanam-tanaman (الزَّرْعَ) maupun buah-buahan (الْتَّمْرَاتِ) untuk dapat dimanfaatkan. Dalam lafadz (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ) (يَتَفَكَّرُونَ) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan (Shihab, 2002: 195). Makna ayat ini menjelaskan tentang potensi alam yakni berbagai buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan untuk digali potensinya. Salah satu potensi yang bisa di manfaatkan adalah biji buah nangka (*Artocarpus heterophyllus*) untuk pembuatan plastik *biodegradable*.

Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) merupakan salah satu buah tropis yang banyak tumbuh di Asia, termasuk di Indonesia. Umumnya pemanfaatan buah nangka hanya pada daging buahnya saja, sedangkan bijinya kebanyakan hanya dibuang sebagai limbah. Didalam satu buah nangka terkandung kurang lebih 100 hingga 500 biji nangka atau sekitar 8-15% dari berat nangka itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, produksi buah nangka di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 652.981 ton. Menurut (Mukrasirtdan Sajjaanantakul, 2013) dengan kapasitas produksi tersebut, biji buah nangka dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penghasil pati. Karena kandungan setiap 100 g biji nangka mengandung 56,21 gram pati didalamnya. Jika dibandingkan, kadar pati biji nangka lebih tinggi dibanding singkong 34,7% ataupun ubi jalar 27,9%. Sifatnya yang hidrofilik, mudah didapatkan, tersedia melimpah dialam serta berasal dari sumber yang dapat diperbaharui menyebabkan pati biji nangka ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan plastik *biodagradable* (Chrismaya, 2013: 131).

Untuk meningkatkan kekuatan mekanis pada plastik *biodagradable* maka diperlukan *plasticizer* agar plastik yang dihasilkan lebih elastis, fleksibel dan tahan terhadap air. Salah satu *plasticizer* yang banyak digunakan dalam pembuatan plastik *biodagradable* adalah gliserol karena yang sifatnya ramah lingkungan, banyak ditemui di alam dan harganya relatif murah. Namun menurut Firdaus (2004) bioplastik yang menggunakan gliserol masih memiliki kelemahan

pada sifat mekanik seperti kuat tarik (*tensile strenght*) yang kurang baik, oleh karena itu perlu adanya penambahan zat penguat. Salah satu penguat logam yang dapat digunakan ialah seng oksida (ZnO) yang merupakan salah satu penguat logam yang menarik karena merupakan keramik piezoelektrik dan bersifat anti mikroba (Erfan, 2012 :2).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian pembuatan plastik *biodegradable* dari pati biji nangka menggunakan variasi penguat logam seng oksida (ZnO) dan *plasticizer* gliserol untuk memperoleh kondisi optimum dari karakteristik plastik *biodegradable* diantaranya uji kuat tarik (*tensile strenght*), uji ketahanan air, uji biodegradabilitas, uji adanya gugus fungsi *Faurier Transforms Infrared* (FTIR) dan uji morfologi menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengetahui kondisi optimum plastik *biodegradable* dari biji nangka dengan penambahan penguat logam seng oksida (ZnO) dan *plasticizer* gliserol terhadap sifat fisik plastik *biodegradable*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu menentukan kondisi optimum plastik *biodegradable* dari biji nangka dengan penambahan penguat logam seng oksida (ZnO) dan *plasticizer* gliserol terhadap sifat fisik plastik *biodegradable*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan limbah biji buah nangka sebagai bahan dasar pembuatan plastik ramah lingkungan.

2. Sebagai salah satu cara mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh plastik sintetik saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Biji Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Tanaman nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) merupakan salah satu jenis tanaman buah tropis yang multifungsi dan dapat ditanam di daerah tropis dengan ketinggian 10-20 meter. Tajuk pohonnya padat, lebat, melebat dan membulat apabila pada tempat terbuka. Semua bagian pohon nangka apabila terluka atau di lukai akan mengeluarkan getah putih. Buahnya mempunyai rasa yang lezat dan aroma yang kuat tergantung dari tingkat kematangan. Rasanya yang manis membuat daging buah ini banyak disukai dan dijadikan berbagai jenis olahan makanan, diantaranya adalah kripik, selai dan sebagainya.



Gambar 2.1 Biji Buah Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Potensi biji nangka yang besar belum dieksploitasi secara optimal. Sangat rendahnya pemanfaatan biji nangka dalam bidang pangan hanya sebatas sekitar 10% disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat dalam pengolahan biji nangka. Biji nangka merupakan sumber karbohidrat (36,7 g/100 g), protein (4,2 g/100 g) dan energi (165 kkal/100g), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. Biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. Kandungan mineral per 100 gram biji nangka adalah fosfor (200 mg), kalsium (33 mg) dan besi (1,0 mg). selain dapat dimakan dalam bentuk utuh, biji nangka juga dapat diolah menjadi tepung (Dini Nuris Nuraini, 201:191).

Dalam satu buah nangka terkandung kurang lebih 100 hingga 500 biji nangka atau sekitar 8-15% dari berat nangka itu sendiri. Biji nangka berbentuk oval dengan panjang 2-3 cm dan diameter 1-1,5 cm, serta tertutup lapisan tipis coklat yang disebut spermoderm. Spermoderm menutupi kotiledon yang berwarna putih. Kotiledon ini mengandung pati yang tinggi. Oleh karenanya biji nangka berpotensi sebagai bahan pembuat plastik *biodegradable* ketimbang hanya dibuang setelah daging buahnya dimakan. Untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat plastik *biodegradable*, kotiledon dari biji nangka dibuat tepung dan diambil patinya terlebih dahulu (Purbasari dkk., 2014: 54).

Menurut Sari (2012: 19) komposisi kimia pati biji nangka ditunjukkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi Kimia Pati Biji Nangka

| Komposisi (%) | Biji Nangka |
|----------------------|--------------------|
| Air | 12,40 |
| Protein (g) | 12,19 |
| Lemak (g) | 0,35 |
| Serat Kasar (g) | 2,74 |
| Abu | 3,24 |
| Pati | 56,21 |

(Sumber: Departemen Perindustrian RI)
Daftar Komposisi bahan Makanan (2000)

1. Taksonomi Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Sistematika tumbuhan, tanaman nangka (*Jackfruit*) menurut Suprapti (2004: 12) diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi :

Kelas : Angiopermae

Ordo : Dicotylenadonae

Famili : Moraccac

Genus :

Artocarpus

Spesies : *Artocarpus heterophylla* Lamk.



Gambar 2.2 Tanaman Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

2. Deskripsi Morfologi Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Menurut Rukmana (2012: 15-17) morfologi tanaman buah nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) adalah sebagai berikut:

a. Akar (*Radix*)

Tanaman nangka mempunyai struktur perakaran tunggung berbentuk bulat panjang, menembus tanah cukup dalam. Akar cabang dan bulu akarnya tumbuh ke segala arah.

b. Batang (*caulis*) dan Cabang (*ramus*)

Batang (*caulis*) tanaman nangka berbentuk bulat panjang, berkayu keras dan tumbuhnya lurus dengan diameter (garis tengah) antara 30 cm – 100 cm, tergantung pada umur tanaman. Kulit batang umumnya agak tebal dan berwarna ke abu-abuan. Cabang (*ramus*) berbentuk bulat panjang, tumbuh mendatar atau tegak, tetapi bentuk tajuk tanaman tidak teratur.

c. Daun (*Folium*)

Daun berbentuk bulat telur dan panjang, tepinya rata tumbuh secara berselang-seling dan bertangkai pendek. Permukaan atas daun berwarna hijau tua mengkilap, kaku dan permukaan bawah daun berwarna hijau muda.

d. Bunga (*Flos*)

Bunga tanaman nangka berukuran kecil, mudah berkelompok secara rapat tersusun dalam tandan. Bunga muncul dari ketiak cabang atau pada cabang-cabang besar. Bunga jantan dan betina terdapat dalam satu pohon (*monoecus*) sehingga bersifat menyerbuk sendiri. Bunga mengandung madu dan beraroma harum yang dapat mengundang datangnya serangga atau kumbang penyerbuk.

e. Buah (*Fructus*)

Buah nangka berbentuk panjang atau lonjong atau bulat, berukuran besar dan berduri lunak. Buah terbentuk dari rangkaian bunga majemuk yang dari luar tampak seolah-olah seperti satu sehingga disebut “buah semua”. Daging buah nangka umumnya tebal, berwarna kuning, kuning kemerah-merahan atau jingga. Buah nangka beraroma harum yang berasal dari kandungan senyawa etil-butirat, berair dan rasanya manis.

f. Biji (*Semen*)

Biji berbentuk bulat sampai lonjong, berukuran kecil dan berkeping dua. Biji terdiri dari tiga lapis kulit yakni kulit luar berwarna kuning agak lunak, kulit liat berwarna putih dan kulit ari berwarna coklat yang membungkus daging biji. Dalam firman Allah SWT dijelaskan QS. Qaaf (50:9), yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.


Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah (2002) bahwa pada QS Qaaf/50:9 menyebutkan beberapa manfaat yang diperoleh dari penciptaan langit dan bumi, yakni kami menurunkan sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan dari langit yakni air hujan. Air hujan yang banyak manfaatnya bagi penghuni bumi lalu kami tumbuhkan yakni air yang tercurah itu, aneka tumbuhan, bunga-bunga buah-buahan dan biji-bijian. Makna dari ayat ini menjelaskan bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penciptaan langit dan bumi. Diturunkan

air hujan dari langit untuk diambil manfaatnya. Salah satu aneka ragam tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan yaitu biji nangka dalam pembuatan plastik *biodegradable* yang ramah lingkungan.

B. Pati


Salah satu biomassa yang dapat digunakan dalam pembuatan plastik adalah pati. Pati dapat dihasilkan dari beberapa macam sumber antara lain dari biji-bijian sereal (jagung, gandum, beras, sorgum dan kacang-kacangan), umbian-umbian (singkong dan kentang), batang (pisang), dan akar (sagu dan pati tapioka). Pati merupakan suatu polisakarida $(C_6H_{10}O_5)_n$ yang sukar larut dalam air dingin, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Jika dilarutkan dengan air panas butir-butir pati akan diserap dan membentuk pasta. Pati sebagai karbohidrat reaktif dengan gugus fungsional tinggi, dapat dimodifikasi baik secara kimia, fisika maupun enzimatik untuk kebutuhan tertentu (Puspita, 2013: 36).

Pati sebagai biopolimer tersusun dari glukosa dan mempunyai dua komponen utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan komponen dengan rantai lurus, mempunyai rangkaian panjang dari unit α -D-glukosa yang terikat bersama-sama melalui ikatan α -1,4 glikosida. Amilopektin tersusun melalui ikatan α -1,4 glikosida dan ikatan cabang α -1,6 glikosida sehingga mempunyai struktur rantai bercabang (Anggarini, 2013: 11).

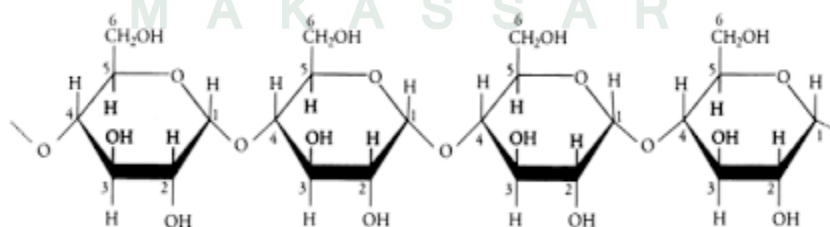

Gambar 2.3. Struktur Kimia Amilosa

(Sumber: *Blogspot*, 2013)

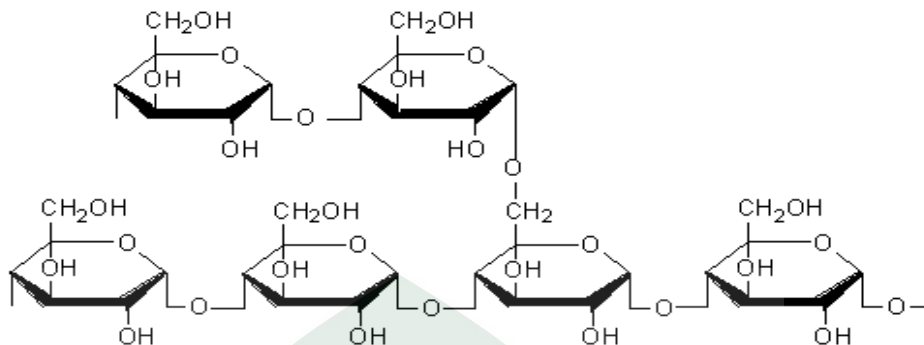

Gambar 2.4. Struktur Kimia Amilopektin

(Sumber: WordPress.com, 2015)

Sejumlah besar pati terakumulasi sebagai granula (butiran) yang tidak larut dalam air. Bentuk dan diameter granula ini tergantung pada asal tumbuhan. Granula pati tersebut terdiri atas daerah amorf dan kristal. Daerah amorf terdapat pada amilosa sedangkan daerah kristalin terdapat pada amilopektin. Di dalam pati sereal, amilopektin juga merupakan komponen yang paling penting dari daerah kristalin. Amilosa dalam pati sereal bergabung dengan lipid dari struktur kristal yang lemah dan memperkuat granula tersebut. Sementara amilopektin larut dalam air, amilosa dan granula pati sendiri tidak larut dalam air dingin. Hal ini menyebabkan relatif mudah untuk mengekstrak granula pati dari sumber tanaman. Ketika suspensi pati dalam air dipanaskan, butiran pertama membengkak sampai tercapai suatu titik di mana pembengkakan ireversibel. Proses pembengkakan ini disebut gelatinisasi. Selama proses ini, amilosa terekstrak keluar dari granula dan menyebabkan peningkatan viskositas suspensi. Peningkatan suhu lebih lanjut kemudian menyebabkan pembengkakan maksimum butiran dan meningkatkan

viskositas. Akhirnya, butiran pecah menghasilkan dispersi koloid kental. Pendinginan selanjutnya koloid hasil dispersi pati tersebut menghasilkan bentuk gel yang elastis (Kristiani, 2015: 10).

Pemanfaatan pati dalam pembuatan plastik *biodegradable* memiliki keunggulan-keunggulan yang dimiliki, yakni sifatnya yang dapat diperbaharui, penahan yang baik untuk oksigen, ketersediaan yang melimpah, harga murah dan mampu terdegradasi. Pati memiliki stabilitas termal dan *minimum interference* dengan sifat pencairan yang cukup untuk membentuk produk dengan kualitas yang baik. Campuran biopolimer hidrokarbon dan pati sering digunakan untuk menghasilkan lembaran dan plastik berkualitas tinggi untuk kemasan (Ummah, 2013: 25).

C. Seng Oksida (ZnO)

Seng oksida merupakan senyawa anorganik dengan formula ZnO. Berbentuk serbuk putih dan hampir tidak larut dalam air. bernomor atom 30, dengan massa atom relatif 65.38, titik didih 907°C, titik leleh 319.58°C dan merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Keuntungan penggunaan ZnO ialah harganya murah, persediaan dialam dalam jumlah yang melimpah, struktur kimia stabil dan tidak beracun (Mulyono, 2006: 373).

Seng oksida (ZnO) mempunyai dua struktur kristal yang berbeda yaitu *blended* dan *wurtzite* (Wang Z.L., 2008). ZnO dengan struktur *wurzite* dimana Zn sebagai kation dan O sebagai anion membentuk koordinasi tetrahedral. ZnO juga bersifat antimikroba dan transparan jika digunakan sebagai material *packaging*.

ZnO telah terbukti memiliki efek antimikroba terhadap bakteri gram positif dan ragi (Vijaya Kumar, 2003) menyatakan bahwa struktur kristal ZnO menjadi inhibitor potensi mikroba dalam makanan menggunakan pendekatan


sistem dengan antimikroba lain. Penggabungan ZnO untuk film pati menurun terhadap kelembaban plastik karena sifat hidrofobik ikatan tersebut.

(a) (b)

Gambar 2.5. Struktur Kristal ZnO (a) *Wurtzite* (b) *Blended*
(Sumber: Wang Z.L., 2008)

D. *Plasticizer Gliserol*

Plasticizer didefinisikan sebagai bahan *non volatile*, bertitik didih tinggi yang jika ditambahkan pada material lain dapat merubah sifat fisik dari material tersebut. Penambahan *plasticizer* dapat menurunkan kekuatan intermolekuler,

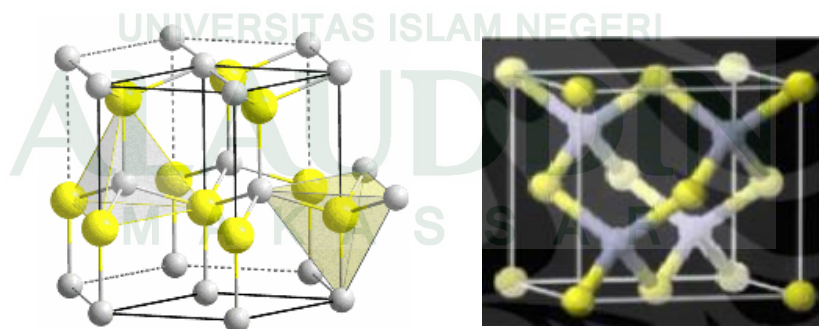

meningkatkan fleksibilitas dan menurunkan sifat barrier suatu film.

Plastik *biodegradable* membutuhkan *plasticizer* dengan berat molekul rendah dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer dan ekstensibilitas material,

menghindarkan material dari keretakan, serta meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air dan zat terlarut (Anggarini, 2013: 13).

Menurut Yusmarlela (2009: 27) Gliserol adalah senyawa alkohol polihidrat (polyol) dengan tiga buah gugus hidroksil dalam satu molekul atau disebut alkohol trivalent dengan rumus kimia C_3H_8OH , bersifat manis, tidak berwarna, berbentuk kental dengan titik lebur $20^{\circ}C$ dan titik didih tinggi yaitu $290^{\circ}C$. Gliserol mempunyai sifat mudah larut dalam air dan meningkatkan viskositas larutan. Gliserol merupakan salah satu *plasticizer* yang banyak digunakan karena cukup efektif mengurangi ikatan hidrogen internal sehingga akan meningkatkan jarak intermolekuler. Secara teoritis *plasticizer* dapat menurunkan gaya internal diantara rantai polimer sehingga akan menurunkan tingkat kegetasan dan meningkatkan permeabilitas terhadap uap air.

Pada pengaplikasiannya, penggunaan *plasticizer* harus disesuaikan dengan kebutuhan material yang akan dibuat, jika pemakaian *plasticizer* terlalu banyak, maka akan menurunkan sifat mekanis dari plastik *biodegradable* dan menaikkan persentase *elongation of break*. Semakin banyak penggunaan *plasticizer* maka akan meningkatkan kelarutannya. Begitu juga dengan penggunaan *plasticizer* yang bersifat hidrofilik berfungsi untuk menurunkan kekakuan pada molekul plastik. Konsentrasi gliserol yang terlalu tinggi juga akan memberi efek negatif terhadap plastik yang dihasilkan, yaitu plastik akan mudah sobek karena sifat elastis dari plastik yang terlalu besar (Selpiana, 2012: 134).

E. Plastik

Plastik adalah senyawa polimer dengan struktur kaku yang terbentuk dari polimerisasi monomer hidrokarbon yang membentuk rantai panjang. Plastik mempunyai titik didih dan titik leleh yang beragam, hal ini berdasarkan pada monomer pembentukannya. Monomer yang sering digunakan dalam pembuatan


plastik adalah propena (C_3H_6), etena (C_2H_4), vinil khlorida (CH_2), nylon, karbonat (CO_3), dan styrene (C_8H_8). Plastik merupakan senyawa sintesis hidrokarbon rantai pendek yang berasal dari minyak bumi kemudian dibuat dengan reaksi monomer yang sama sehingga strukturnya menjadi kaku dan membentuk rantai panjang serta akan memadat kembali setelah mencapai suhu pembentukannya. Plastik yang memiliki tingkat kestabilan tinggi dan ikatan karbon rantai panjang merupakan jenis plastik yang tidak dapat terdegradasi oleh mikroorganisme (Puspita, 2013: 11).

Plastik terbagi menjadi dua jenis yaitu plastik thermoplast dan plastik termoset. Plastik thermoplast merupakan plastik yang dapat dicetak berulang kali karena faktor panas. Contohnya adalah *polypropylene*, *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *polyvinyl chloride*, *polyacetal* atau *polyoxymethylene*, *polycarbonate*, *polyamida*, *polyethylene*, dan sebagainya. Sedangkan plastik termoset adalah plastik yang tidak dapat didaur ulang kembali karena susunan polimernya berbentuk jaringan tiga dimensi. Contohnya adalah PU (*Poly Urethane*), UF (*Urea Formaldehyde*), MF (*Melamine Formaldehyde*), *polyester*, *epoksi*, dan sebagainya (Puspita, 2013: 12).

Hampir semua peralatan atau produk yang digunakan terbuat dari plastik dan sering digunakan sebagai pengemas bahan baku. Di dalam pengemasan bahan pangan terdapat dua macam wadah, yaitu wadah utama atau wadah yang langsung berhubungan dengan bahan pangan dan wadah kedua atau wadah yang tidak langsung berhubungan dengan bahan pangan. Wadah utama harus bersifat non toksik dan inert sehingga tidak terjadi reaksi kimia yang dapat menyebabkan perubahan warna, flavour dan perubahan lainnya. Selain itu, untuk wadah utama biasanya diperlukan syarat-syarat tertentu bergantung pada jenis makanannya, misalnya melindungi makanan dari kontaminasi, melindungi kandungan air dan

lemaknya, mencegah masuknya bau dan gas, melindungi makanan dari sinar matahari, tahan terhadap tekanan atau benturan dan transparan (Coniwanti, 2014: 2).

Selain memiliki berbagai kelebihan tersebut, plastik juga mempunyai kelemahan yaitu bahan baku utama pembuatnya berasal dari minyak bumi yang keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat diperbaharui. Selain itu plastik tidak dapat dihancurkan dengan cepat dan alami oleh mikroba penghancur di dalam tanah. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan limbah dan menjadi penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Ummah, 2013: 3). Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam QS Ash-Shu'ara/26: 152.

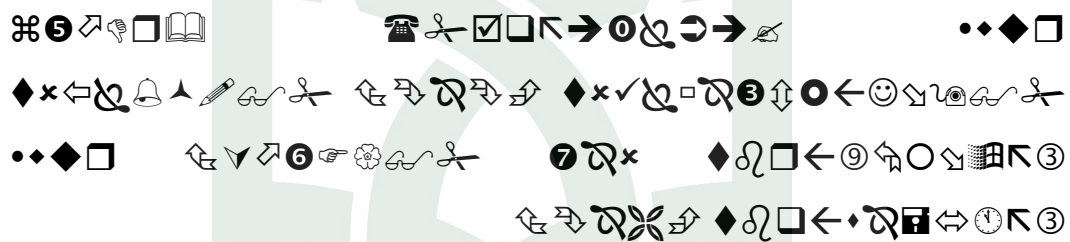

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan” (Kementerian Agama, 2002).

Kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat ulah perbuatan tangan manusia. Manusia yang menciptakan kerusakan dengan membuang plastik menjadi permasalahan utama rusaknya ekosistem lingkungan. Sampah plastik yang menumpuk menjadi beban bagi lingkungan. Plastik merupakan polimer sintesis yang paling umum penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan plastik dalam berbagai bidang kehidupan dapat menimbulkan permasalahan baru bagi alam. Rangkaian ikatan kimia pada bahan baku pembuatan plastik sulit sekali terurai dalam tanah, bahkan membutuhkan waktu puluhan tahun hingga proses

penguraian terjadi. Dalam lafadz *الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ* menyebutkan bahwa manusia itulah yang membuat menciptakan kerusakan dibumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dibumi. Kerusakan dibumi yang saat ini terjadi seharusnya menjadi pelajaran bagi umat manusia untuk selalu menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan tempat mereka tinggal (Shihab, 2002: 112).

Sifat plastik yang non *biodegradable* dapat mengganggu keseimbangan alam dibumi karena pengaruhnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Dalam lafadz *وَلَا يُصْلِحُونَ* menunjukkan bahwa apa yang manusia ciptakan itu tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi alam (Shihab, 2002: 112). Sampah plastik yang dibiarkan secara terus menerus hanya akan menjadi limbah yang dapat merusak lingkungan. Pengurangan dalam penggunaan plastik akan sulit dimungkinkan karena kegunaannya yang sangat penting dalam berbagai macam bidang kehidupan. Sehingga diperlukan solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan dalam bentuk plastik *biodegradable*.

F. Plastik Biodegradable

Biodegradable berasal dari kata *bio* dan *degradable*. *Bio* berarti hidup, sedangkan *degradable* berarti dapat diuraikan. Plastik *biodegradable* merupakan plastik yang digunakan seperti plastik sintetik, namun akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir air dan gas karbondioksida setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Plastik *biodegradable* adalah bahan yang mampu mengalami dekomposisi menjadi karbondioksida, metana, senyawa organik atau biomasa yang mekanismenya didominasi oleh aksi enzimatis dari mikroorganisme yang bisa diukur dengan pengujian standar, dalam waktu spesifik, mencerminkan kondisi penggunaan yang tersedia (Seigel & Lisa, 2007).

Degradasi (*degradation*) merupakan proses suatu arah (*irreversible*) yang mengarah pada perubahan signifikan dari suatu struktur material dengan cara kehilangan komponen, misalnya berat molekul atau berat struktur, disertai dengan pemecahan (*fragmentation*). Degradasi disebabkan oleh kondisi lingkungan dan terjadi dalam satu tahap atau lebih, sedangkan plastik *biodegradable* menunjukkan keadaan plastik yang terdegradasi sebagai hasil dari aktivitas alam yang melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur dan alga. Plastik *biodegradable* dapat terdegradasi oleh lingkungan tertentu misalnya tanah, kompos atau lingkungan perairan (Seigel dan Lisa, 2007).

Plastik *biodegradable* berbahan dasar pati dapat didegradasi oleh bakteri *pseudomonas* dan *bacillus* memutus rantai polimer menjadi monomer-monomernya. Senyawa-senyawa hasil degradasi plastik *biodegradable* selain menghasilkan karbon dioksida dan air, juga menghasilkan senyawa organik dan aldehid sehingga plastik ini aman bagi lingkungan. Sebagai perbandingan, plastik sintetik membutuhkan waktu sekitar 100 tahun agar dapat terdekomposisi oleh alam, sementara plastik *biodegradable* dapat terdekomposisi 10 hingga 20 kali lebih cepat. Hasil degradasi plastik ini dapat digunakan sebagai makanan ternak atau sebagai pupuk kompos. Plastik *biodegradable* yang terbakar tidak menghasilkan senyawa kimia yang berbahaya (Huda & Feris, 2007).

Faktor-faktor yang mempengaruhi biodegradabilitas diantaranya ialah faktor lingkungan, cuaca, iklim dan kelembaban udara. Faktor lainnya adalah temperatur, cahaya, pH, kandungan air dan keberadaan organisme pengurai. Komposisi plastik berhubungan dengan sifat biodegradabilitasnya. Kondisi permukaan (luas permukaan, hidrofob atau hidrofil), titik leleh, elastisitas, dan kristalinitas mempunyai peranan penting dalam proses biodegradasi (Tokiwa, dkk, 2009). Tanah yang mengandung bakteri fungsi penghasil enzim depolimerisasi

plastik *biodegradable* mampu mendegradasi plastik tersebut dengan cara memutuskan rantai polimernya. Adanya plastik *biodegradable* yang dapat didaur ulang secara biologis dapat membantu mengurangi jumlah limbah industri yang tidak dapat didaur ulang (Sanjaya, 2010: 2).

Metode yang digunakan pada pembuatan plastik *biodegradable* ini yaitu metode *Melt Intercalation* dimana pada metode ini tidak memerlukan penambahan pelarut. Silikat berlapis dicampur dengan matriks polimer dalam *molten state*, ikatan polimer akan bergerak perlahan-lahan ke dalam ruang antar lapisan. Proses penyebaran ikatan polimer kedalam galeri lapisan silikat menjadi bagian penting pada proses *Melt Intercalation*. Pada *Melt Intercalation*, pembuatan plastik *biodegradable* dilakukan dengan tujuan untuk menguatkan material yaitu dengan cara memanaskan dan mendinginkan material selain itu metode *Melt Intercalation* juga merupakan metode yang ramah lingkungan karena tidak digunakan pelarut organik yang nantinya dapat menjadi limbah (Erfan, 2012: 10).

Menurut Guilbert (1986), tahapan pembuatan bioplastik adalah sebagai berikut:

a. Pensuspensian bahan dalam pelarut

Pembuatan larutan film diawali dengan pensuspensian bahan dalam pelarut seperti etanol, air atau bahan pelarut lain.

b. Penambahan *plasticizer*

Plasticizer ditambahkan untuk memperbaiki sifat mekanik yaitu memberikan fleksibilitas pada sebuah polimer film sehingga film lentur ketika dibengkokkan, tidak mudah putus dan kuat.

c. Pengaturan suhu

Pengaturan suhu bioplastik bertujuan tergelatinisasi yang pembentukan fil. Suhu menentukan sifat karena suhu ini gelatinisasi yang terjadi terbentuk.



pada pembuatan membentuk pati merupakan awal pemanasan akan mekanik bioplastik menentukan tingkat dan sifat fisik pasta yang

d. Pengerinan

Pengerinan bertujuan untuk menguapkan pelarut sehingga diperoleh fil. Suhu mempengaruhi waktu pengerinan dan kenampakan film yang dihasilkan.

G. Karakteristik Plastik Biodegradable

1. Uji Kekuatan Tarik (*Tensile Strength*)

Kekuatan tarik merupakan gaya maksimum yang terjadi pada film selama pengukuran berlangsung. Hasil pengukuran ini berhubungan erat dengan jumlah *plasticizer* yang ditambahkan pada proses pembuatan film. Berdasarkan penelitian nilai daya regang tanpa penambahan gliserol memiliki nilai lebih besar dibandingkan adanya penambahan gliserol. *Plasticizer* dapat mengurangi ikatan hidrogen internal molekul dan menyebabkan melemahnya gaya tarik intermolekul rantai polimer yang berdekatan sehingga mengurangi daya regang putus. Penambahan *plasticizer* lebih dari jumlah tertentu akan menghasilkan film dengan kekuatan tarik yang lebih rendah. Kekuatan tarik dan elongasi dari *biodegradable* plastik dihasilkan dipengaruhi oleh kadar pati, kadar serat serta pemlastis yang dihasilkan.

Gambar 2.6 Alat Kuat Tarik
(Sumber : Hasan dkk, 2014)

Dalam istilah umum, *strength* atau kekuatan dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu struktur untuk menahan beban tanpa mengalami kerusakan. Kerusakan dapat terjadi oleh perpecahan karena tekanan yang berlebihan atau kemungkinan juga disebabkan oleh deformasi struktur. *Tensile* termasuk juga ketahanan material terhadap kuat tekan atau tegangan. Jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk memecah material dan diperkirakan jumlah sebelum pecah adalah hal yang penting untuk kebanyakan material, ketahanan awal dari tekanan atau modulus dan titik deformasi tetap, berasal dari kurva tekanan (*force*) versus perpanjangan (*elongation*) (Anggarini, 2013: 17).

Sifat-sifat plastik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) tunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Sifat Mekanik Plastik Sesuai SNI

| No | Karakteristik | Nilai |
|----|---------------------------------|----------|
| 1. | Kuat tarik (N/mm ²) | 24,7-302 |
| 3. | Hidrofobitas (%) | 99 |

(Sumber: Darni dan Herti, 2010)

2. Uji Ketahanan Air

Uji ketahanan air ini diperlukan untuk mengetahui sifat plastik *biodegradable* yang dibuat sudah mendekati sifat plastik sintesis atau belum, karena konsumen plastik memilih plastik dengan sifat yang sesuai keinginan, salah satunya adalah tahan terhadap air (Anggarini, 2013: 18).

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya terjadinya ikatan dalam polimer serta tingkatan atau keteraturan ikatan dalam polimer yang ditentukan melalui persentase penambahan berat polimer setelah mengalami pengembangan. Proses terdisfusinya molekul pelarut kedalam polimer akan menghasilkan gel yang mengembang.

3. Uji Biodegradabilitas

Uji biodegradabilitas atau kemampuan biodegradasi plastik dilakukan untuk mengetahui pengaruh alam terhadap plastik dalam jangka waktu tertentu, sehingga akan diperoleh persentase kerusakan. Selanjutnya, dapat diperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh plastik untuk terurai di alam secara sempurna.

Proses biodegradabilitas dapat terjadi dengan proses hidrolisis (degradasi kimiawi), bakteri/jamur, enzim (degradasi enzimatik), oleh angin dan abrasi (degradasi mekanik), cahaya (foto degradasi). Proses ini juga dapat dilakukan melalui proses secara anaerobik dan aerobik. Pada penelitian sebelumnya uji biodegradasi dilakukan pada kondisi aerobik dengan bantuan bakteri dan jamur yang terdapat di tanah. Sampel berupa plastik *biodegradable* ditanamkan pada tanah yang ditempatkan dalam pot dengan asumsi komposisi tanah sama (Ummah, 2013: 34).

Biodegradasi senyawa akan menghasilkan karbondioksida (CO) atau metan, air (H₂O) dan biomassa. Karbondioksida (CO₂) terlepas di dalam proses respirasi, karbohidrat (gula) dioksidasikan dan terbentuklah energi.

karbondioksida (CO_2) terlepas juga di dalam proses fermentasi dan di dalam proses penguraian lainnya yang dilakukan oleh mikroorganisme. Jika zat karbon tidak terlepas lagi ke udara, maka kehidupan akan berhenti. Di dalam sirkulasi zat karbon ini, mikroorganisme memegang peranan penting yaitu sebagai pengurai. Saat degradasi, film plastik akan mengalami proses penghancuran alami baik mengalami proses fotodegradasi (cahaya matahari, katalisa), degradasi kimiawi (air, oksigen), biodegradasi (bakteri, jamur, alga, enzim), atau degradasi mekanik (angin, abrasi). Proses-proses tersebut dapat berlangsung secara tunggal maupun kombinasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat biodegradabilitas kemasan setelah kontak dengan mikroorganisme, yakni sifat hidrofobik, bahan aditif, proses produksi, struktur polimer, morfologi, dan berat molekul bahan kemasan (Ummah, 2013: 35).

4. *Fourier Transform Infra Red* (FTIR)

Spektroskopi FTIR merupakan suatu metode analisis yang dipakai untuk karakteristik bahan polimer dan analisis gugus fungsi dengan cara menentukan dan merekam hasil spektra residu dengan serapan energi oleh molekul organik dalam sinar infra merah. Setiap gugus dalam molekul umumnya mempunyai karakteristik sendiri sehingga spektroskopis FTIR dapat digunakan untuk mendeteksi gugus yang spesifik pada polimer. Intensitas pita serapan merupakan ukuran konsentrasi gugus yang khas yang dimiliki oleh polimer. Metode ini didasarkan pada interaksi antara radiasi infra merah dengan materi (interaksi atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik). Interaksi ini berupa absorbansi pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu yang berhubungan dengan energy transisi antara berbagai keadaan energi vibrasi, rotasi dan molekul (Wulansari, 2016: 24).


Seberkas sinar inframerah dilewatkan pada suatu sampel polimer, maka beberapa frekuensinya diabsorpsi oleh molekul sedangkan frekuensi lainnya ditransmisikan. Transisi yang terlibat pada absorbsi IR berhubungan dengan perubahan vibrasi yang terjadi pada molekul. Jenis ikatan yang ada dalam molekul primer (C-C, C=C, C-O, C=O) memiliki frekuensi vibrasi yang berbeda. Adanya ikatan tersebut dalam molekul primer dapat diketahui melalui identifikasi frekuensi karakteristik sebagai puncak absorbsi dalam spektrum IR (Wulansari, 2016: 24). Berikut ini adalah serapan untuk beberapa gugus fungsi yang terdapat dalam *biodegradable* plastik yang akan diuji, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perkiraan Serapan Gugus Plastik *Biodegradable* Biji Nangka

| Tipe Vibrasi | Frekuensi (cm⁻¹) |
|---------------------|------------------------------------|
| C-H alkana | 3000-2850 |
| C-O Ester | 1300-1000 |
| C-O Karbonil | 1725-1705 |
| O-H Alkohol | 3650-3600 |

(Sumber: Purbasari, 2004)

Komponen dasar spektrofotometer FTIR ditunjukkan secara skematik dalam Gambar 2.7.

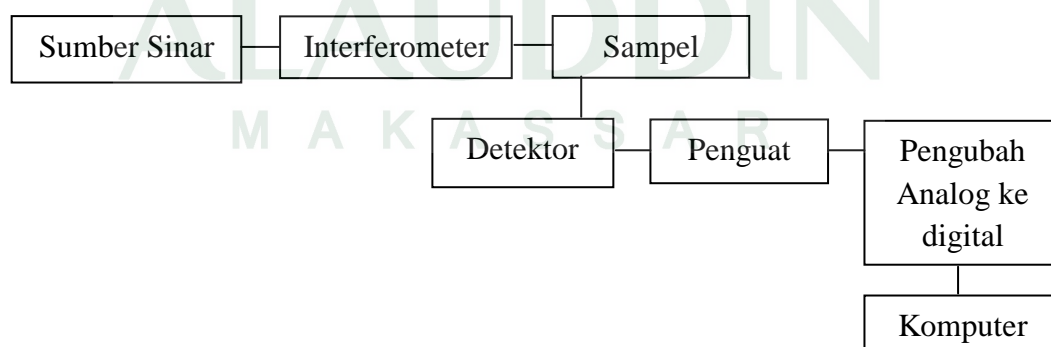

Gambar 2.7 Skema FTIR
(Sumber: Wulansari, 2016: 25).

Radiasi yang berasal dari sumber sinar dilewatkan melalui interferometer ke sampel sebelum mencapai detektor. Selama penguatan (amplifikasi) sinyal, kontribusi-kontribusi frekuensi tinggi telah dihilangkan dengan filter. Sehingga data diubah kebentuk digital dengan suatu *analog-to-digital converter* dan dipindahkan ke komputer untuk menjalani transformasi Fourier (Gandjar, 2012: 180).

5. *Scanning Electron Microscope* (SEM)

Analisa morfologi SEM merupakan suatu metode untuk membentuk bayangan daerah mikroskopis permukaan sampel. Proses analisa SEM menghasilkan elektron yang di fokuskan menuju sampel, ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan mengeluarkan pantulan elektron baru. Pantulan elektron tersebut menghasilkan sinyal *backscattered electron* yang secara prinsip, atom-atom dengan berat molekul lebih besar akan memantulkan lebih banyak elektron sehingga tampak lebih cerah dari atom deran berat molekul rendah (Sinaga, dkk, 2014).

Hasil analisis SEM juga memperlihatkan penyebaran partikel pengisi pada matriks sehingga dapat diketahui distribusi partikel pada matriks tersebar dengan merata atau tidak. Struktur morfologi campuran polimer adalah karakteristik yang sangat penting untuk memahami banyak sifat dari campuran polimer, terutama sifat mekanik (Kristiani, 2015: 26).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni sampai bulan September 2017 yang bertempat di Laboratorium Anorganik, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Fisika Balai Industri Hasil Perkebunan Makassar dan Laboratorium Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar.

B. Alat dan Bahan

a. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah FT-IR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) merek *thermo*, SEM (*scanning electron microscope*), mesin kuat tarik (*mechanical universal testing machine* merek) tipe (AND MCT-2150), neraca analitik merek *KERN* ABJ, oven digital merek *mimmert*, *sieve shaker* merek *retch*, hotplate merek *maspion*, alat stirrer, *blender*, pipet volume, gelas kimia, gelas ukur, kaca arloji, labu semprot, bulb, termometer 110°C, cetakan *flexiglass* 20x20 cm, kasa, pengaduk, spatula, pinset, gunting dan stopwatch.

b. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aquades (H_2O), gliserol (C_3H_8OH), kertas pH, pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) dan seng oksida (ZnO).

C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini, yaitu:

a. Preparasi Sampel

Hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan sampel biji nangka yang akan diekstraksi untuk memperoleh patinya. Biji nangka diperoleh dari limbah di sekitar penjualan pinggir jl. A.P Pettarani dimana hasil limbah biji nangka tersebut dari buah nangka yang sudah masak. Biji nangka tersebut kemudian di bersihkan dari kotoran yang menempel.

b. Ekstraksi Pati Biji Nangka

Mengupas kulit biji nangka dan membersihkan bagian daging biji nangka menggunakan air kemudian ditriskan. Menghaluskan daging biji nangka dengan cara di blender. Menambahkan aquadest (H_2O) pada bahan yang telah dihaluskan dengan perbandingan 1 kg bahan : 2 liter aquadest (H_2O) yang kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kain saring sampai diperoleh ampas dan cairan (suspensi pati). Mengekstraksi kembali ampas yang diperoleh dari proses penyaringan dengan penambahan air (0,5 kg ampas: 1 liter aquadest panas), kemudian menyaring kembali untuk mendapatkan pati. Mencampurkan cairan pati yang diperoleh dari penyaringan pertama dan kedua dan diendapkan selama 6 jam, kemudian air hasil pengendapan dibuang sehingga diperoleh pati basah. Pati basah ini disaring lagi menggunakan kertas saring biasa hingga benar-benar kering. Mengeringkan pati ke dalam oven dengan suhu $70^{\circ}C$ selama 30 menit untuk mengurangi konsentrasi air bahan sehingga diperoleh produk yang kering. Setelah pati kering dilakukan proses ayakan 100 mesh selama 20 menit. Setelah didapatkan matriks pati yang diinginkan, selanjutnya dilakukan pembuatan plastik *biodegradable* melalui metode *Melt Intercalation* (Erfan, 2012: 37).

c. Pembuatan Plastik *Biodegradable*

Menimbang pati biji nangka masing-masing sebanyak 5 gram. Kemudian memasukkan seng oksida (ZnO) 6%, 9% dan 12% kedalam masing-masing gelas kimia 100 mL. Memasukkan aquadest (H₂O) 100 mL, sambil melakukan pengadukan. Setelah seng oksida (ZnO) sedikit larut, memasukkan gliserol 15%, 25% dan 35% kedalam masing-masing larutan seng oksida (ZnO) yang sudah ditentukan konsentrasinya. Kemudian melakukan pengadukan kembali. Memasukkan pati yang sudah ditimbang kedalam gelas kimia tersebut kemudian di stirrer selama 10 menit. Memanaskan diatas hotplate selama 40 menit sambil diaduk sampai suhu mencapai 80-90° C. Kemudian menuang larutan tersebut pada cetakan *flexiglass* berukuran 20 x 20 cm yang selanjutnya dikeringkan dalam oven dengan suhu 50-60°C selama 5 jam. Mengeluarkan campuran dari oven, kemudian memasukkan cetakan tersebut dalam suatu ruangan dimana cetakan diberi penyinaran cahaya penyinaran lampu secara langsung agar proses pengeringan lebih optimal (Erfan, 2012: 38).

d. Uji Kekuatan Tarik Plastik *Biodegradable*

Kekuatan tarik merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai sampel plastik *biodegradable* tetap bertahan sebelum putus (sobek). Kekuatan tarik sampel plastik *biodegradable* diuji dengan metode (ASTM D638-02a-2002). Sampel plastik *biodegradable* dipotong dengan ukuran 8 x 2 cm kemudian sampel plastik *biodegradable* dijepit 1,5 cm dikedua sisi panjangnya. Nilai kekuatan tarik dibaca setelah penarikan sampel (Ningsih, 2015: 13-14).

e. Uji Ketahanan Plastik *Biodegradable* Terhadap Air

Prosedur uji ketahanan plastik *biodegradable* terhadap air yaitu sampel plastik *biodegradable* dipotong dengan ukuran 3x4 cm. Kemudian berat awal sampel yang akan diuji ditimbang (W₀). Mengisi aquadest (H₂O) ke dalam gelas

kimia kemudian meletakkan sampel plastik ke dalam wadah tersebut. Setelah 10 detik sampel diangkat, ditiriskan sebentar kemudian menimbang berat sampel (W) yang telah direndam. Merendam kembali sampel ke dalam wadah tersebut, setelah tiap 10 detik sampel diangkat, ditiriskan sebentar kemudian menimbang berat sampel. Melakukan hal yang sama hingga diperoleh berat akhir sampel yang konstan dan menghitung presentase air yang diserap film plastik tersebut (Ummah, 2013: 47). Air yang diserap oleh sampel dihitung melalui persamaan:

$$\text{Penyerapan air (\%)} = \frac{W - W_0}{W_0} \times 100\%$$

Dimana W_0 = Berat sampel kering

W = Berat sampel setelah dikondisikan dalam aquadest

kemudian, persen air yang diserap dikalkulasi lagi dalam perhitungan berikut untuk mendapatkan persen ketahanan air:

$$\text{Hidrofobitasitas} = 100\% - \text{Persen air yang diserap}$$

f. Uji Biodegradabilitas

Uji biodegradabilitas dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan sampel plastik sampai mengalami degradasi. Uji biodegradabilitas yang dipilih yaitu teknik *soil burial test* artinya mengendalikan mikroorganisme tanah sebagai pembantu proses degradasi. Sebelum melakukan penanaman sampel pada tanah, terlebih dahulu menguji pH tanah dengan cara mengambil sampel tanah yang sudah di sampling sebanyak 5 gr kemudian memasukkan waterone (H_2O) 5 mL sambil diaduk. Setelah terbentuk dua fase, memasukkan kertas pH pada sampel tanah tersebut kemudian diamati. Sampel plastik *biodegradable* dipotong dengan ukuran 3x4 cm ditempatkan dan ditanam dalam pot yang telah terisi tanah. Pengamatan terhadap sampel dilakukan dalam rentang waktu 3 hari sekali hingga sampel mengalami degradasi secara sempurna (Ummah, 2013: 50).

g. Analisis dengan FT-IR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)

Spektrum FT-IR dari plastik *biodegradable* pati biji nangka dianalisis dengan menggunakan alat FT-IR. Analisis FT-IR dari plastik *biodegradable* digunakan untuk mengidentifikasi interaksi ZnO sebagai penguat dan gliserol sebagai *plasticizer* terhadap pati biji nangka sebagai matriksnya. Sampel plastik *biodegradable* dipotong dengan ukuran 2x4 cm kemudian diletakkan pada lintasan sinar IR. Melakukan pengukuran dan mengamati grafik yang terbentuk.

h. Analisis dengan SEM (*Scanning Electron Microscopy*)

Struktur morfologi plastik *biodegradable* dianalisis menggunakan SEM (*scanning electron microscopy*). Sampel dipotong dengan ukuran yang kecil dan diletakkan pada karbon tape. Setelah itu sampel tersebut di *coating* menggunakan platina. Kemudian dianalisis menggunakan SEM (*scanning electron microscopy*).

BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Plastik *Biodegradable*

Hasil pengujian karakteristik plastik *biodegradable* dari pati biji nangka meliputi uji kuat tarik, uji ketahanan air, uji biodegradabilitas, analisa dengan FTIR, dan analisa dengan SEM.

Tabel 4.1 Uji Kuat Tarik Plastik *Biodegradable* dengan Berat Pati 5 Gram

| No. | ZnO (%) | Gliserol (%) | Kuat Tarik (N/mm ²) |
|-----|---------|--------------|---------------------------------|
| 1. | 6 | 15 | 7.878 |
| | | 25 | 2.800 |
| | | 35 | 0.900 |
| 2. | 9 | 15 | 7.512 |
| | | 25 | 2.027 |
| | | 35 | 0.776 |
| 3. | 12 | 15 | 3.301 |
| | | 25 | 1.625 |
| | | 35 | 0.753 |

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai kuat tarik yang terbaik yaitu pada konsentrasi seng oksida 6% dan gliserol 15% dengan nilai kuat tarik sebesar 7.878 N/mm².

Tabel 4.2 Uji Ketahanan Plastik *Biodegradable* Terhadap Air

| No. | ZnO (%) | Gliserol (%) | % Air yang diserap |
|-----|---------|--------------|--------------------|
| 1 | 6 | | 71.860 |
| 2 | 9 | 15 | 68.699 |
| 3 | 12 | | 53.917 |

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengujian ketahanan air pada plastik dilakukan pada tiga sampel terbaik dari hasil uji kuat tarik dengan ukuran sampel 3x4 cm.

Tabel 4.3. Uji Biodegradabilitas Plastik *Biodegradable* dengan Berat Pati 5 Gram

| Variasi Sampel | | Berat sampel (gram) | | | |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| ZnO (%) | Gliserol (%) | Hari ke 0 | Hari ke 3 | Hari ke 6 | Hari ke 9 |
| 6 | | 0.255 | 0.228 | 0.185 | 0.169 |
| 9 | 15 | 0.246 | 0.219 | 0.180 | 0.164 |
| 12 | | 0.228 | 0.190 | 0.160 | 0.143 |

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengujian *biodegradable* dalam tanah dilakukan pada tiga sampel terbaik dari hasil uji kuat tarik dengan ukuran sampel 3x4 cm.

Tabel 4.4. Uji FTIR Plastik *Biodegradable* dari Pati Biji Nangka

| Variasi Perlakuan | | Tipe Vibrasi Tegangan | Rentang Serapan (cm ⁻¹) | Serapan (cm ⁻¹) |
|-------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ZnO | Gliserol | | | |
| 6% | 15% | O-H | 3650-3200 | 3611.32 |

Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pengujian FTIR dilakukan pada sampel terbaik hasil uji kuat tarik yaitu pada konsentrasi seng oksida (ZnO) 6% dan gliserol 15% dengan ukuran sampel 2x4 cm.

B. Pembahasan

1. Ekstraksi Pati Biji Nangka

Bahan dasar pembuatan plastik *biodegradable* adalah pati. Pati dapat diperoleh melalui proses ekstraksi dari biji nangka. Ekstrak pati biji nangka digunakan sebagai bahan dasar plastik *biodegradable* karena didalam biji nangka terdapat ketiledon yang megandung pati yang cukup tinggi.

Pati biji nangka diperoleh dibersihkan kulitnya dan dikupas kulit terluarnya (spermoderm) agar didapatkan ketiledon yang bersih. Biji nangka dipotong-potong kecil untuk mempermudah proses penghalusan kemudian di blender dengan air (H₂O) lalu disaring dan diendapkan untuk memperoleh endapan pati. Endapan pati biji nangka yang diperoleh dikeringkan menggunakan oven dengan tujuan untuk menghilangkan kadar air pada bahan dalam keadaan dingin atau beku. Setelah pati kering, dilakukan proses ayakan menggunakan mesh shaker dengan tujuan untuk memisahkan kontaminan dan memperoleh pati dengan ukuran yang seragam. Pati yang diperoleh berbentuk serbuk, berwarna putih kecoklatan dan masih sedikit berbau nangka. Pati yang diperoleh yaitu 630 gram atau 31% dalam 2 kilogram tepung biji nangka. Sedangkan hasil penelitian Anggarini (2013), dalam 2 kilogram biji nangka yang dibuat menjadi tepung, dihasilkan 840 gram tepung pati artinya rendamen pati yang dihasilkan sebesar 42% per berat biji nangka yang digunakan. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh jenis biji nangka yang digunakan berbeda.

2. Plastik *Biodegradable*

Pada pembuatan plastik *biodegradable* menggunakan pati biji nangka sebagai bahan dasar pembuatan plastik. Dalam penelitian ini konsentrasi biji nangka yang digunakan ialah sebesar 5 gram. Plastik *biodegradable* dari bahan dasar pati umumnya bersifat kaku dan rapuh sehingga perlu ditambahkan

plasticizer yaitu gliserol untuk meningkatkan kelenturan dan kelembutan dari plastik tersebut (Anggarini, 2013) gliserol adalah *plasticizer* yang bersifat hidrofilik sehingga cocok untuk bahan pembentuk film yang bersifat hidrofilik seperti pati, selain sifatnya ramah lingkungan, banyak ditemui di alam dan harganya relatif murah. (Krisna, 2011). Namun menurut Firdaus (2004) bioplastik yang menggunakan gliserol masih memiliki kelemahan pada sifat karakteristik seperti kuat tarik yang kurang baik dan tidak tahan terhadap air, oleh karena itu perlu adanya penambahan zat penguat. Salah satu penguat logam yang dapat digunakan ialah seng oksida (ZnO) karena sifatnya yang anti mikroba.


Pada penelitian ini digunakan variasi *plasticizer* gliserol dengan konsentrasi 15%, 25% dan 35%. Hal ini didasarkan dari penelitian Anggarini (2013) menyatakan bahwa konsentrasi *plasticizer* gliserol optimum ialah 20%. Sedangkan variasi seng oksida (ZnO) yang digunakan sebagai penguat dengan konsentrasi 6%, 9% dan 12% (dari berat 5 gram matriks) didasarkan dari penelitian Ervan (2012) yang menyatakan bahwa konsentrasi optimum pembuatan bioplastik dari pati ubi jalar ialah dengan penambahan pati ubi jalar sebesar 5 gram, *plasticizer* gliserol 25% dan penguat seng oksida 9%. Sedangkan lama pengadukan yang dilakukan selama 40 menit berdasarkan metode yang diperoleh Ervan (2012) yang menyatakan bahwa pengadukan optimum pembuatan bioplastik dari pati ubi jalar yaitu selama 40 menit.

Dari hasil pengamatan pembuatan plastik *biodegradable* dengan variasi *plasticizer* gliserol 15%, 25% hingga 35% dan penguat seng oksida (ZnO) yang makin meningkat dari 6%, 9% hingga 12% terlihat bahwa secara visual warna yang dihasilkan semakin meningkat dari putih kecoklatan hingga putih agak keruh. Warna ini terkait dengan ZnO yang memiliki bentuk serbuk berwarna putih. Gelembung-gelembung udara yang terjebak dalam bioplastik yang

terbentuk mulai tidak terlihat. Pada saat sudah kering bioplastik dengan konsentrasi rendah mudah dilepaskan dan masih sedikit lengket sedangkan pada saat penambahan konsentrasi tinggi bioplastik dapat dilepaskan dari cetakan lebih mudah.

3. Karakteristik Plastik *Biodegradable*

a. Uji Kuat Tarik Plastik *Biodegradable*

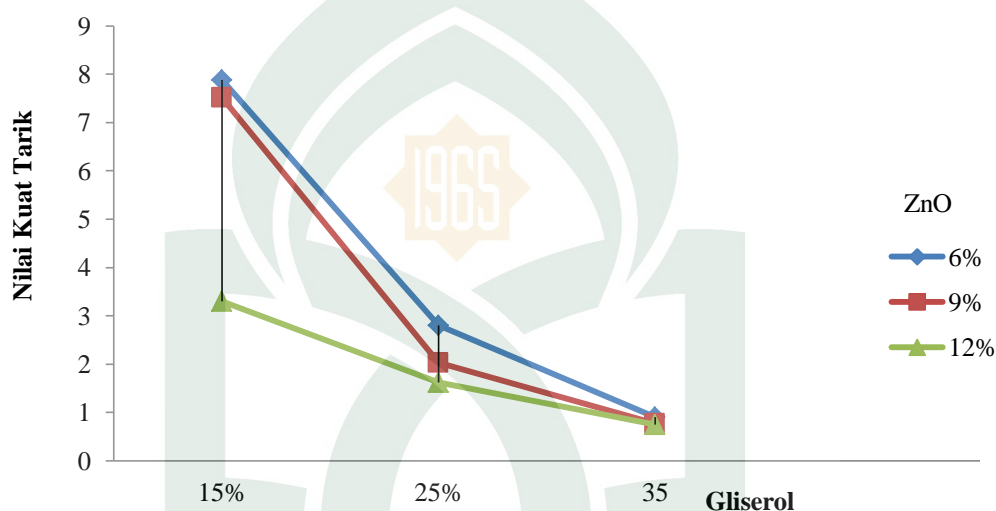

Gambar 4.1. Grafik Hasil Uji Kuat Tarik dari Pati Biji Nangka dengan Variasi Konsentrasi Gliserol dan ZnO

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui gaya maksimum yang dapat dicapai sampai plastik tetap bertahan sebelum putus/sobek. Sifat mekanik dipengaruhi oleh besarnya jumlah kandungan komponen-komponen penyusun plastik *biodegradable* (pati, gliserol, dan ZnO). Gliserol sebagai *plasticizer* dapat memberikan sifat elastis pada plastik sedangkan seng oksida (ZnO) memberikan sifat penguat pada plastik yang dihasilkan. Pengujian sifat mekanik dilakukan di BBIHP (Balai Besar Industri Hasil Perkebunan) yang mengacu pada ASTM D638-02a-2002 dengan menggunakan alat tipe AND MCT-2150. Berikut grafik hasil uji kuat tarik ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai kuat tarik plastik *biodegradable* tertinggi ialah pada konsentrasi seng oksida (ZnO) 6%, 9% dan 12% dengan gliserol 15% yaitu berturut-turut sebesar 7.878 N/mm², 7.512 N/mm² dan 3.301 N/mm². Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi seng oksida (ZnO) tidak berpengaruh terhadap sifat kekuatan tarik plastik *biodegradable*. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji dimana data yang diperoleh memiliki hasil yang tidak jauh berbeda dari setiap konsentrasi. Namun berbeda halnya dengan peningkatan konsentrasi gliserol dimana hasil yang diperoleh mengalami penurunan seiring dengan semakin banyaknya gliserol yang ditambahkan.


Kuat tarik yang dihasilkan 7.878 – 3.301 N/mm² tidak masuk dalam SNI kuat tarik. Standar kuat tarik plastik *biodegradable* yaitu >24.7 - 302 (N/mm²) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Nilai kuat tarik plastik *biodegradable* yang diperoleh, berbeda dengan kuat tarik penelitian sebelumnya. Seperti penelitian bioplastik dari biji nangka dengan penambahan kitosan yaitu 56.71 – 23.84 N/mm² (Anggarini, 2013), kuat tarik dari sorgum dengan penambahan sorbitol dan kitosan yaitu 6.9711 N/mm² (Darni dan Herti 2010), sedangkan hasil kuat tarik dari bioplastik (Ningsih, 2015: 23) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan konsentrasi gliserol 10% dengan konsentrasi 30%, 40%, 50%, dan 20% terhadap kekuatan tarik, dimana rata-rata kekuatan tarik yang dihasilkan antara 9.4 – 4.9 N/mm². Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi gliserol yang tinggi dari setiap perlakuan menurunkan kuat tarik.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Krisna, 2011) bahwa gliserol meningkatkan mobilitas polimer pati dan meningkatkan fleksibilitas plastik *biodegradable*. Kenaikan penambahan konsentrasi *plasticizer* yang menyebabkan

semakin berkurangnya nilai kuat tarik, sesuai dengan semakin berkurangnya interaksi intermolekular. Interaksi ini berkurang karena adanya gliserol yang menyisip dan menghilangkan ikatan hidrogen diantara molekul polisakarida. Salah satu kesimpulan dari penelitian (Tudorachi, dkk, 2000) adalah nilai kuat tarik berbeda-beda antara batasan yang secara langsung tergantung dari rasio variabel terkendali yang dimodifikasi.

b. Uji Ketahanan Plastik *Biodegradable* Terhadap Air

Uji dilakukan untuk mengetahui seberapa besar daya serap bahan tersebut terhadap air

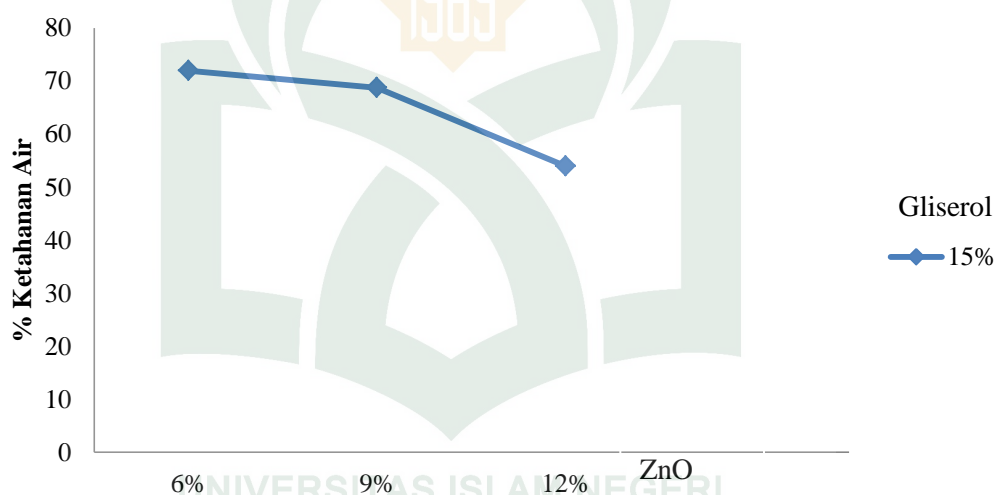

Gambar 4.2. Grafik Hasil Uji Ketahanan Plastik *Biodegradable* Terhadap Air dari Pati Biji Nangka dengan Variasi Konsentrasi ZnO dan Gliserol 15%


Dapat dilihat Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 adanya pengaruh penambahan penguat seng oksida (ZnO) dan *plasticizer* gliserol terhadap penyerapan air plastik *biodegradable*. Anggarini (2013) menyatakan bahwa sifat ketahanan air suatu molekul berhubungan dengan sifat dasar molekul penyusunnya. Bahan pati yang digunakan dalam penelitian ini bersifat hidrofilik, yaitu menyukai air. Penambahan gliserol juga menambah sifat hidrofilik plastik yang dibuat, sehingga semakin besar konsentrasi gliserol yang ditambahkan, semakin banyak pula air

yang diserap oleh plastik. Namun, dengan adanya penambahan seng oksida (ZnO) dapat menyebabkan nilai penyerapan air dari plastik *biodegradable* menjadi menurun. Penambahan seng oksida (ZnO) mampu meningkatkan massa (densitas) plastik dimana seng oksida (ZnO) akan mengisi ruang kosong pada struktur plastik *biodegradable* sehingga semakin sedikit celah yang dapat dimasuki oleh molekul air. Selain seng oksida (ZnO) yang bersifat hidrofobik menyebabkan plastik *biodegradable* semakin sedikit menyerap air (Kristiani, 2015: 63).

Nilai penyerapan air plastik *biodegradable* yang dihasilkan dengan variasi konsentrasi seng oksida (ZnO) 6%, 9% dan 12% dengan gliserol 15% yaitu berturut-turut sebesar 71.860%, 68.699% dan 53.917%. Standar ketahanan air plastik *biodegradable* yaitu 99% berdasarkan standar nasional (SNI). Pada penelitian ini nilai ketahanan produk plastik yang dihasilkan tidak masuk dalam standar (SNI). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya (Anggarini, 2013) bioplastik dari biji nangka diperoleh ketahanan air 50.0% - 79.02% dan (Sanjaya dan Tyas, 2015) yang menggunakan pati limbah kulit singkong dengan penambahan kitosan didapatkan nilai ketahanan air 66% - 76%.

c. Uji Biodegradabilitas

Biodegradabilitas merupakan tujuan utama pembuatan plastik berbasis biopolimer untuk mengetahui berapa lama sampel tersebut akan terurai oleh mikroorganisme dalam tanah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *soil burial test* dengan penanaman sampel dalam tanah (Ummah, 2013: 16). Sampel berupa film plastik *biodegradable* ditanamkan dalam tanah yang ditempatkan dalam pot dengan pH keasaman tanah yaitu pH 6 kemudian diamati perhari hingga terdegradasi secara sempurna.

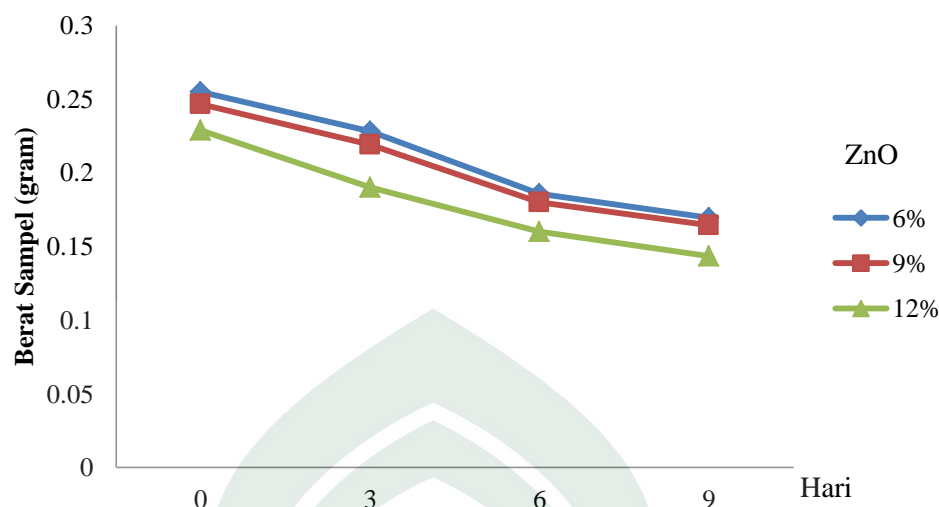


Gambar 4.3. Grafik Hasil Uji Biodegradabilitas Plastik *Biodegradable*

Pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa film plastik yang diuji dalam tanah, mengalami degradasi secara sempurna dalam waktu 14 hari. Kecepatan penguraian plastik *biodegradable* paling cepat yaitu pada sampel I dengan kecepatan penguraian 68.828% dan waktu degradasi 13 hari, sampel II dengan kecepatan penguraian 68.637% dan waktu degradasi 13 hari dan sampel III 60.973% dan waktu degradasi 14 hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Shakina, dkk, (2012) yang juga meneliti mengenai kemampuan degradasi plastik melalui *soil burial test* menyimpulkan, bahwa kemampuan degradasi plastik yang disintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis tanah, jenis mikroba, dan kelembaban. Hal ini juga dikuatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh (khoramnejadian, 2011) yang meneliti tentang *soil burial test* plastik *biodegradable* bahwa setelah uji biodegradabilitas, plastiknya berlubang yang akan berpengaruh pada matrix polimer dan mengakibatkan plastik menjadi rapuh.

d. Uji FTIR

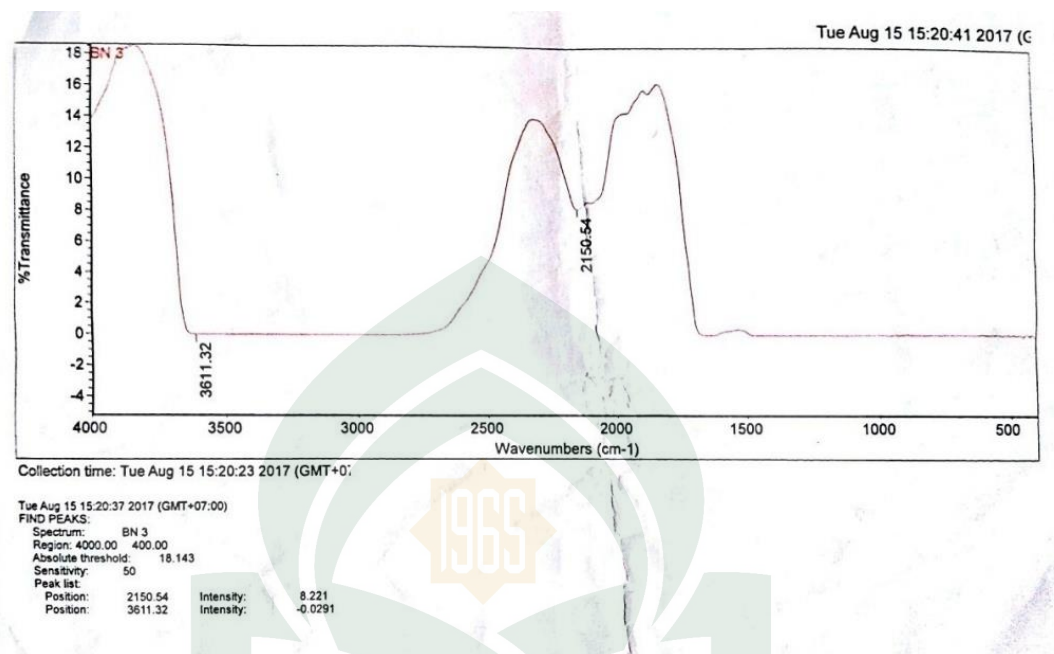

Gambar 4.4 Hasil Uji FTIR


Analisis gugus fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terkandung dalam suatu bahan polimer (film plastik *biodegradable*). Analisis FTIR dari plastik *biodegradable* digunakan untuk mengidentifikasi interaksi gliserol sebagai agen pemlastis dan ZnO sebagai penguat terhadap pati biji nangka sebagai matriksnya. Gambar 4.4 menunjukkan spectrum IR dari plastik *biodegradable* dengan konsentrasi pati biji nangka 5 gram, gliserol 15% dan ZnO 6%. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.4 hasil spektrum yang diperoleh yaitu adanya serapan 3611.11 cm^{-1} pada sampel plastik *biodegradable* dengan intensitas kuat pada daerah ulur menunjukkan $3700 \text{ cm}^{-1} - 3500 \text{ cm}^{-1}$ merupakan daerah serapan O-H. Serapan gugus O-H mengalami pelebaran hal ini disebabkan karena adanya interaksi senyawa hidroksil yang dipengaruhi oleh penambahan gliserol menunjukkan konsentrasi penggunaan *plasticizer* yang berbeda dan berpengaruh pada karakteristik sifat mekanik bioplastik yang dihasilkan (Nahwi, 2016: 73).

Pada penelitian sebelumnya plastik *biodegradable* dari pati singkong dan ekstrak lidah buaya dengan *plasticizer* gliserol diperoleh serapan $3425,58 \text{ cm}^{-1}$, $2931,80 \text{ cm}^{-1}$ yang diperkuat pada serapan $1373,32 \text{ cm}^{-1}$ dan $1026,13 \text{ cm}^{-1}$, secara berurutan menunjukkan adanya gugus $-\text{OH}$ (hidroksil), C-H (metil) dan C-O (eter) yang merupakan komponen penyusun pati (Apriyani, 2015). Karakterisasi dan sifat termomekanis pati kentang termoplastik pada penelitian (Musa dkk, 2013) menghasilkan pergeseran peregangan O-H dan peregangan C-H . Hal ini disebabkan ikatan melemah karena aksi kuat antara gugus hidroksil dari molekul pati rusak yang digantikan oleh ikatan hidrogen terbentuk antara *plasticizer* dan pati selama proses plasticisasi yang dihasilkan dari panas (Whang, 2013: 11).

(Darni dan Herti, 2010) menyatakan, bahwa adanya gugus fungsi karbonil dan ester (COOH) pada plastik yang disintesis mengindikasikan plastik tersebut memiliki kemampuan biodegradabilitas. Hal ini disebabkan karena baik karbonil maupun C-O ester merupakan gugus-gugus yang bersifat hidrofilik. Kemampuan kedua gugus tersebut dalam mengikat molekul-molekul air yang berasal dari lingkungan mengakibatkan mikroorganisme yang dapat memasuki matriks plastik juga semakin banyak seiring dengan semakin tingginya intensitas gugus-gugus yang bersifat hidrofilik.

Hasil FTIR menunjukkan bahwa plastik *biodegradable* yang telah disintesis memiliki nilai panjang gelombang yang mirip dengan bahan baku penyusunnya. Pada panjang gelombang yang terbaca, penambahan pati gliserol dan ZnO tidak menunjukkan terbentuknya gugus fungsi baru. Menurut (Marbun, 2012) proses pembuatan plastik *biodegradable* yang disertai penambahan aditif merupakan proses blending fisika. Hal ini juga dapat mempengaruhi nilai transmisi yang menurun pada setiap penambahan pati maupun gliserol, yang berarti tidak ada reaksi dan ikatan secara kimiawi antara pati-gliserol- ZnO .

e. Uji SEM (*Scanning Electron Microscopy*)

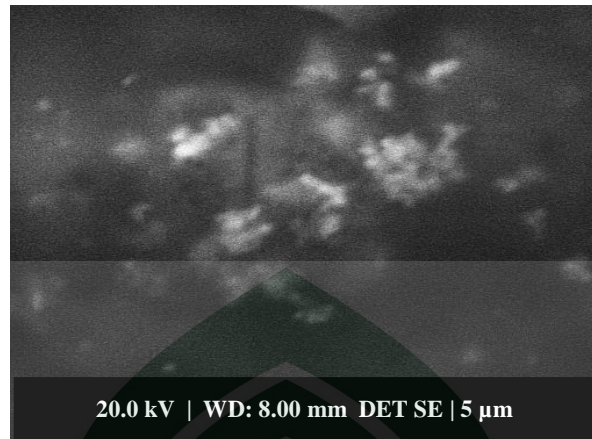

Gambar 4.5 Hasil SEM Plastik *Biodegradable* dengan Konsentrasi ZnO 6%

Struktur morfologi film dianalisis menggunakan *Scanning Electron Microscopy*. Sampel dipotong dengan ukuran kecil dan diletakkan pada karbon tape. Tujuan analisis menggunakan SEM ini adalah untuk melihat struktur morfologi dari permukaan sampel dari plastik *biodegradable* dan memeriksa aglomerasi penguat seng oksida (ZnO) didalam matriks. Gambar 4.5 merupakan hasil SEM dari plastik *biodegradable* dengan konsentrasi ZnO 6%.

Titik-titik putih ditunjukkan pada Gambar 4.5 menggambarkan distribusi ukuran partikel ZnO. Dalam gambar tersebut juga terdapat gumpalan agak besar. Ini mengindikasikan bahwa partikel ZnO mengalami aglomerasi mengelompok sehingga menyebabkan distribusi ZnO dalam matriks tidak tersebar secara merata. Tidak adanya tenaga yang cukup kuat pada saat proses pemanasan dan pengadukan antara seng oksida (ZnO) dengan matriks pati inilah yang mungkin menyebabkan tidak tersebarnya partikel seng oksida (ZnO) dengan baik. Jika terdapat tenaga yang kuat seperti pengadukan yang baik selama proses pencampuran pada suhu gelatinasi dan transisi glass akan dengan mudah menggabungkan partikel-partikel ZnO tidak saling larut ke dam pati sehingga distribusi ZnO yang tersebar dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi *plasticizer* gliserol dan penguat seng oksida (ZnO) berpengaruh terhadap karakteristik plastik *biodegradable* dari pati biji nangka. Kondisi optimum plastik *biodegradable* yaitu pada sampel I dengan komposisi pati 5 gram, *plasticizer* gliserol 15% dan seng oksida (ZnO) 6% dengan nilai kuat tarik 7.878 N/mm², hidrofobisitas 71.860%, biodegradabilitas 68.828% dengan waktu degradasi 13 hari.

B. Saran


Sebaiknya penelitian selanjutnya pada saat pembuatan plastik *biodegradable* pengadukan harus merata dan dijaga konstan, agar tidak terjadi granular-granular pada campuran larutan setelah ditambahkan dengan pati.

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an al Karim.


- Anggarini, Fetty. "Aplikasi Plasticizer Gliserol Pada Pembuatan Plastik Biodegradable dari Pati Biji Nangka" *Skripsi*. Semarang: Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2013.
- Boediono, Mario. "Pemisahan Pencirian Amilosa dan Amilopektin dari Pati Jagung dan Pati Kentang pada Berbagai Suhu". *Skripsi*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. (2012).
- Chrismaya, Bunga, dkk. "Biofilm dari Pati Biji Nangka Dengan Aditif Keragian" *Teknologi Kimia dan Industri* 2 no 17 (2013): 130-134.
- Coniwanti, Pamilia, dkk. "Pembuatan Film Plastik Biodegradable dari Pati Jagung dengan Penambahan Kitosan dan Pemplastis Gliserol. *Teknik Kimia* 4, no.20 (2014) h: 2-30.
- Darni, Yuli dan Herti Utami. "Studi Pembuatan dan Karakteristik Sifat Mekanik dan Hidrofobitas Bioplastik Dari Pati Sorgum". *Kimia dan Lingkungan* 7, no. 4 (2010): h.88-93.
- Erfan, Ahmad. "Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar Menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Kitosan". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia Fakultas Teknik Kimia. 2012.
- Fairus, Sirin, dkk. "Pengaruh Konsentrasi HCl dan Waktu Hidrolisis Terhadap Perolehan Glukosa Yang Dihasilkan dari Pati Biji Nangka". *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia* (2010).
- Firdaus, Feris. "Potensi Limbah Padat Cair Industri Tepung Tapioka Sebagai Bahan Baku Film Plastik Biodegradable" *Jurnal Logika* 1, no.2 (2004).
- Julianti, Elisa dan Mimi Nurminah. *Teknologi Pengemasan*. Semarang: 2006.
- Kristiani, Maria. "Pengaruh Penambahan Kitosan dan Plasticizer Sorbitol Terhadap Sifat Fisika-Kimia Bioplastik dari Pati Biji Durian (*Durio Zibethinus*)" *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Teknik, 2015.
- Mulyono, HAM. *Kamus Kimia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Apriyani, Mery and Enderuji Sedyadi. "Synthesis and Characterization Of Biodegradable Plastic from Casava Starch and Aloe Vera Extract with Glycerol Plasticizer. *J Sains Dasar* 4, no. 2 (2015): h145-152.
- Muzata, Rahmat Akbar. "Pembuatan Particle Board dari Ampas Tebu (Saccharumofficinarum) Berbasis Perekat Limbah Plastik Polipropilena dan Polistirena" *Skripsi*. Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya (2015).
- Nahwi, Naufal Fadli. "Analisis Pengaruh Penambahan Plastisizer Gliserol pada Karakteristik Edible Film dari Pati Kulit Pisang Raja, Tongkol Jagung dan Bonggol Enceng Gondok" *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.

- Purbasari, Aprilina, dkk. "Bioplastik Dari Tepung dan Pati Biji Nangka". *Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang*, (2014): h.54-59.
- Puspita, Ajeng Dian. "Pembuatan dan Karakteristik Struktur Mikro dan Sifat Termal Film Plastik Berbahub Dasar Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus*)" *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (2013).
- Sanjaya, I Gede dan Puspita. "Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol Pada Karakteristik Plastik Biodegradable dari Pati Limbah Kulit Singkong" *Teknik Kimia FTI-ITS*. (1): h.1-6
- Selpiana, dkk. "Pembuatan Plastik Biodegradable dari Tepung Nasi Aking". *Bioplastik* (2012): h.130-138.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Almisbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Shinta Marito. "Pemanfaatan Kulit Kerang dan Resin Epoksi Terhadap Karakteristik Beton Polimer" *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Suprpti, Lies. *Keripik Manisa Kering dan Sirup Nangka*. Kanisius, 2004.
- Ummah, Nathiqoh Al. "Uji Ketahanan Biodegradable Plastik Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap Air dan Pengukuran Densitasnya" *Skripsi*. Semarang: Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2013.
- Whang D *et.al.* "Characterization and Thermomechanical Properties of Thermoplastic Potato Starch" *Journal of Engineering and Technology* 4, no. 2 (2013): h 9-16.
- Wulansari, Wiji. "Analisis Pengaruh Variasi Komposisi Pati Bonggol Pisang, Antioksidan Jahe dan Gliserol Terhadap Karakteristik Edible Film" *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Yusmarlela, "Studi Pemanfaatan Plastisizer Gliserol dalam Film Pati Ubi dengan Pengisi Serbuk Batang Ubi Kayu". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

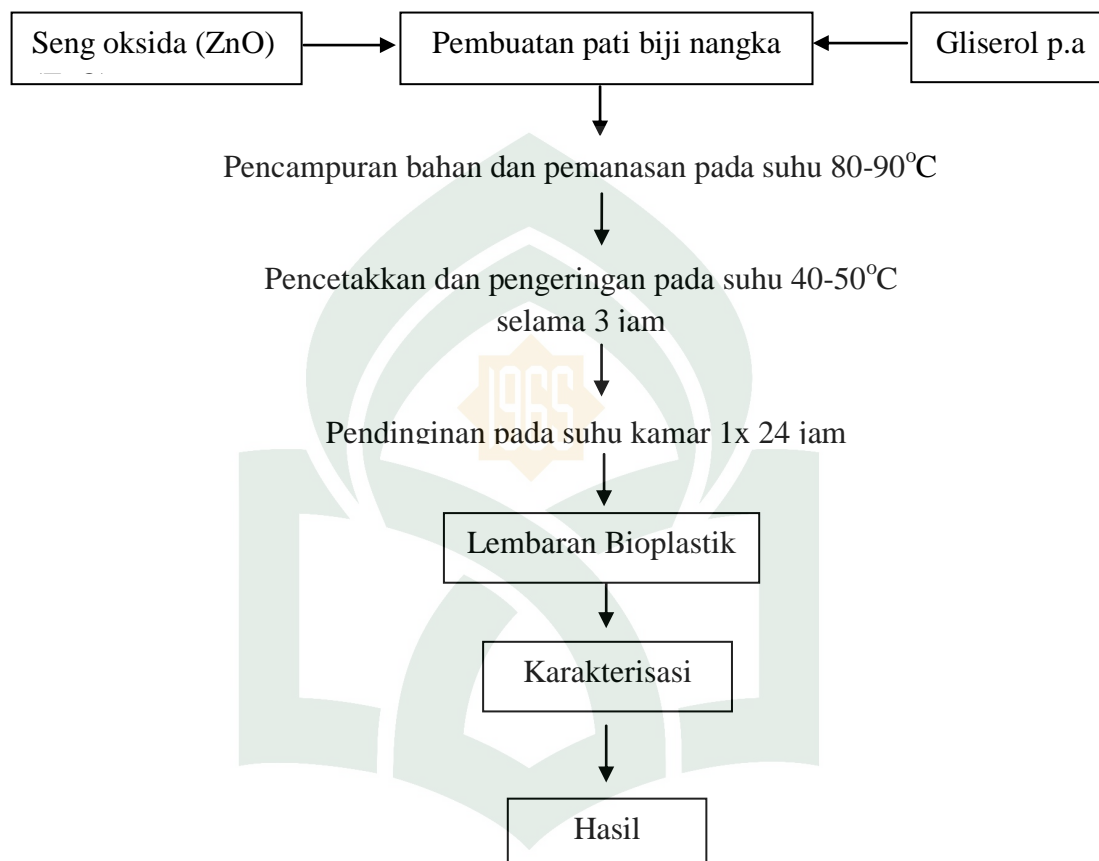Lampiran 1. Skema Umum Pembuatan Plastik *Biodegradable*


Lampiran 2. Skema Kerja Ekstraksi Pati Biji Nangka

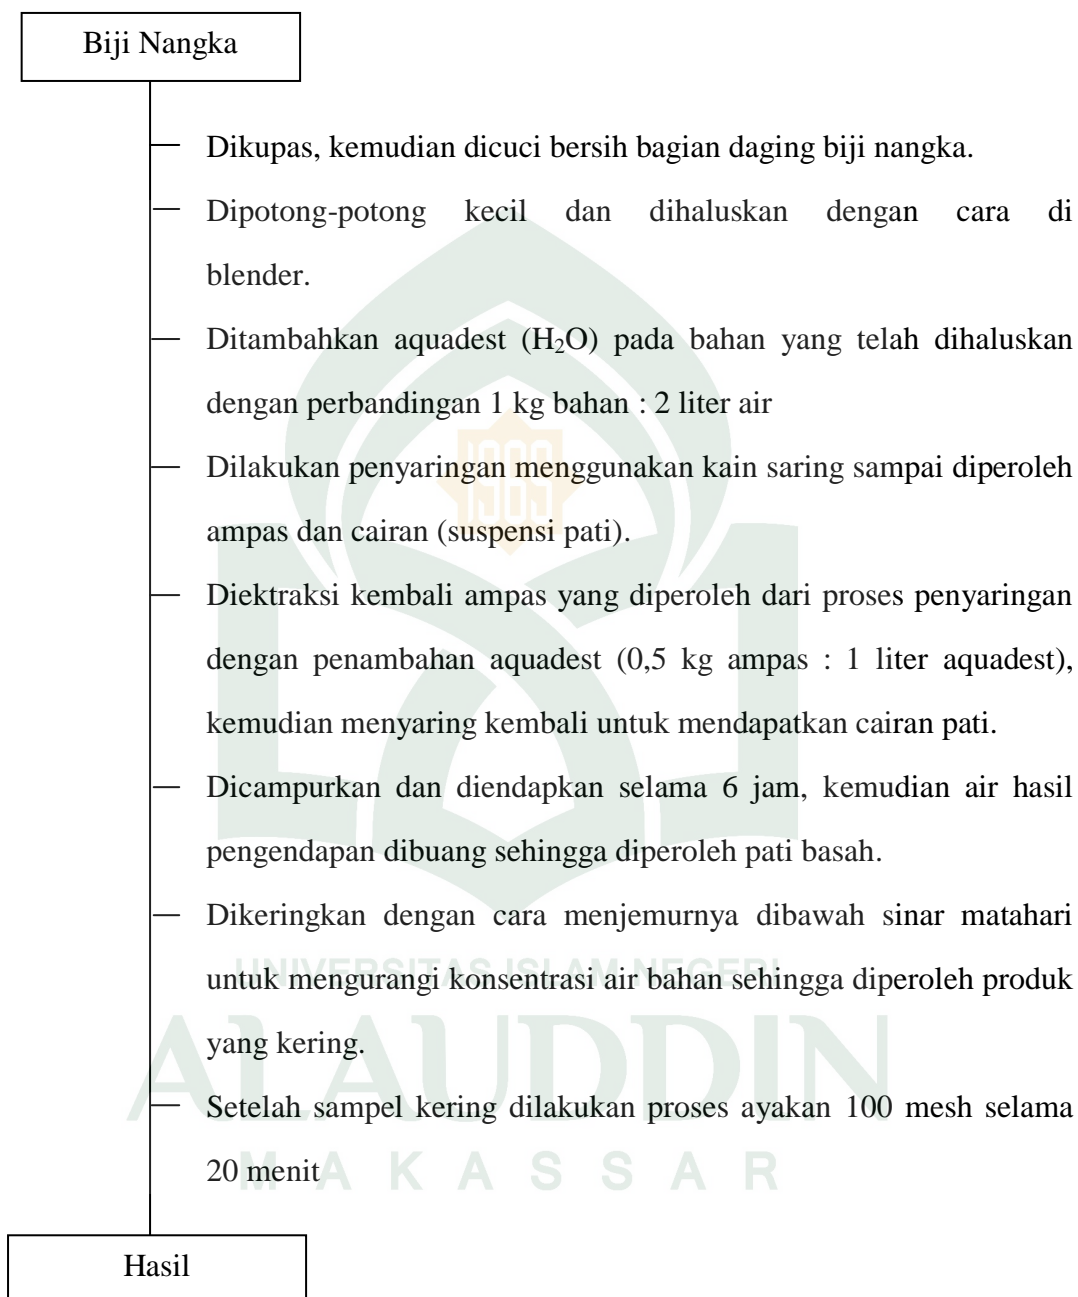

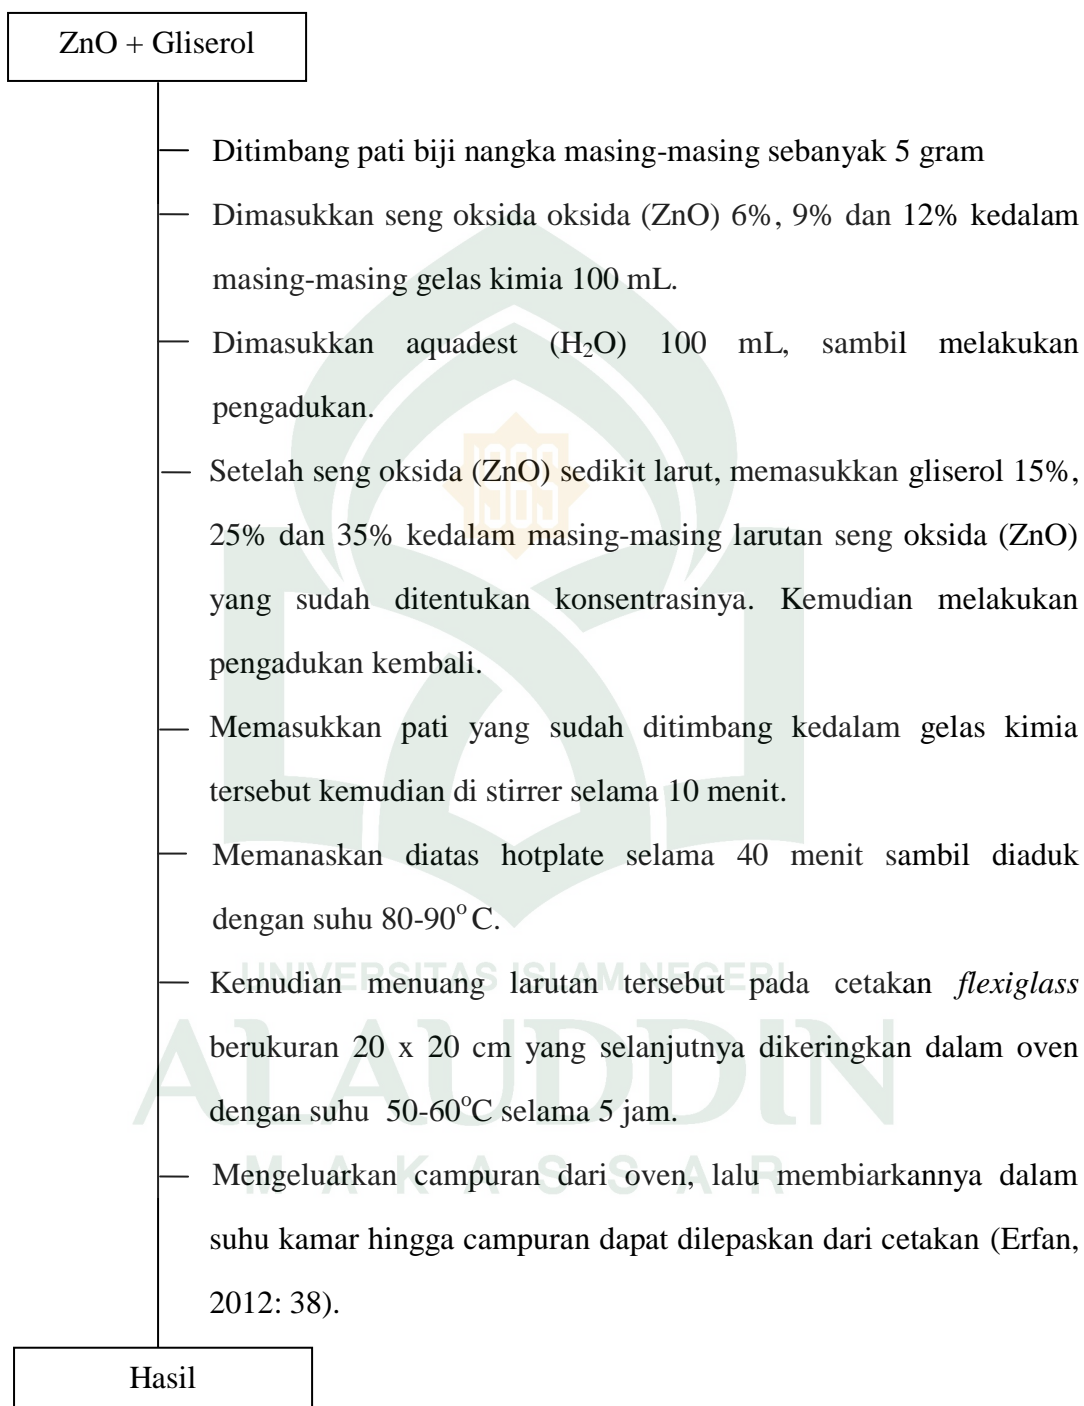
Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Plastik *Biodegradable*



Lampiran 4. Skema Kerja Karakterisasi Plastik *Biodegradable*

a. Uji Kekuatan Tarik

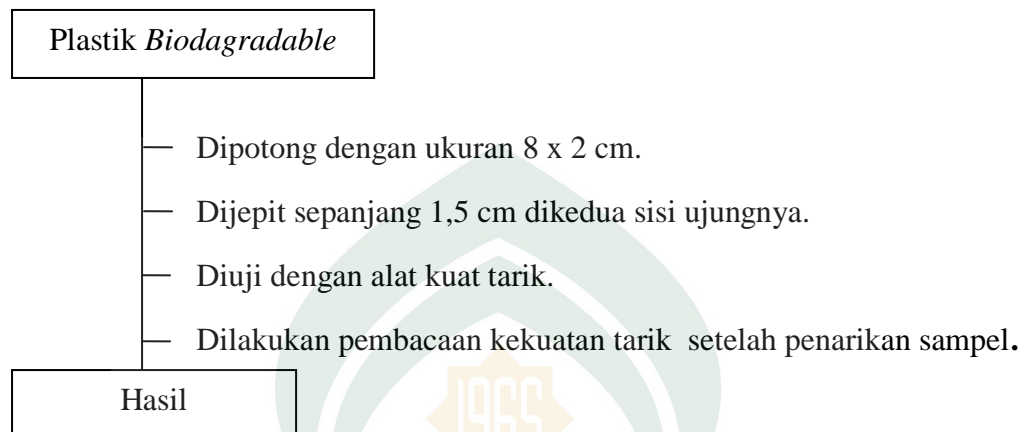



b. Uji Ketahanan Plastik *Biodegradable* Terhadap Air

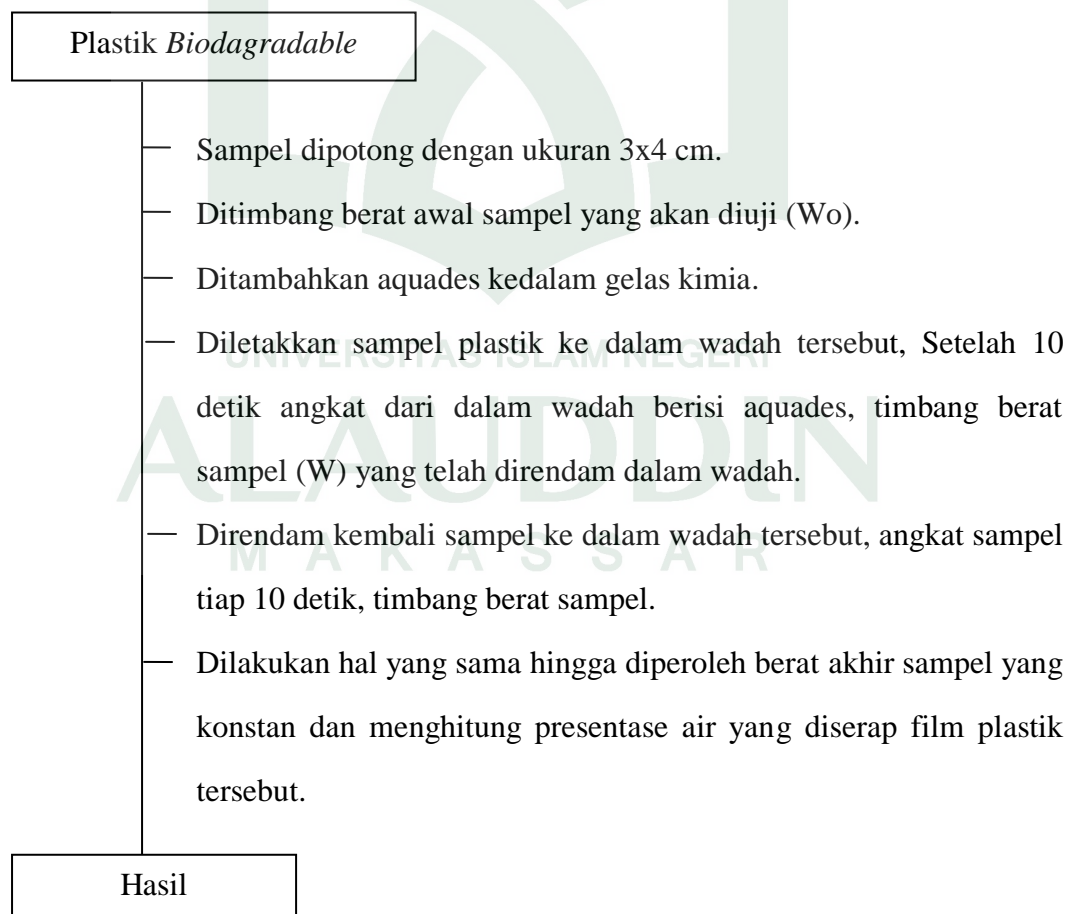

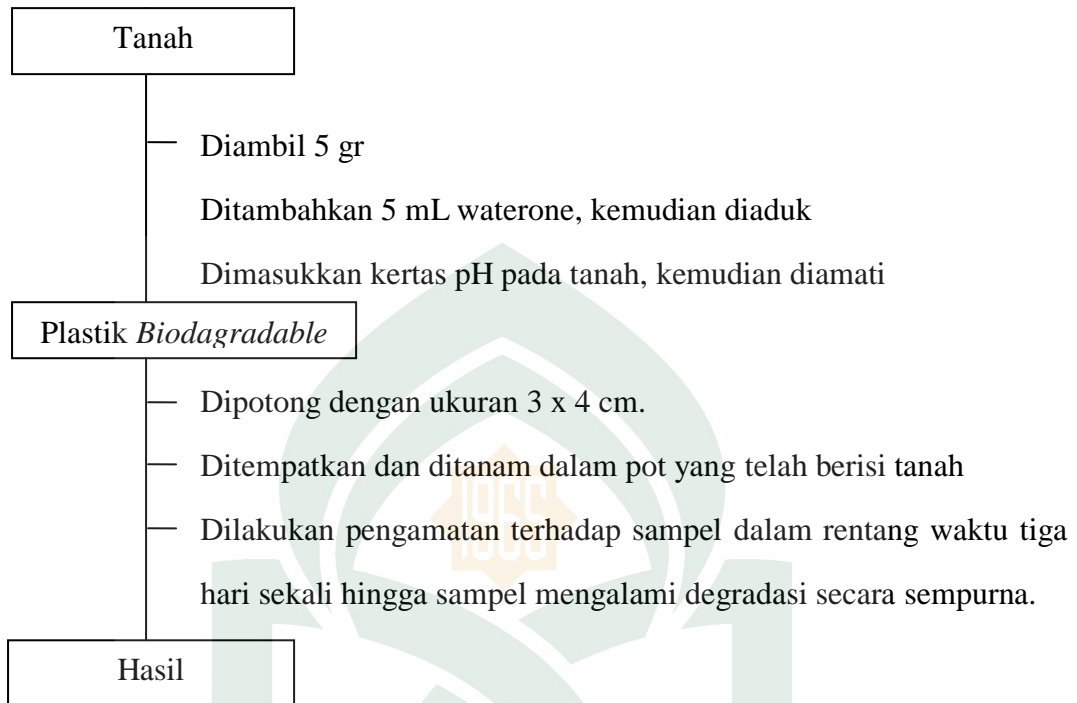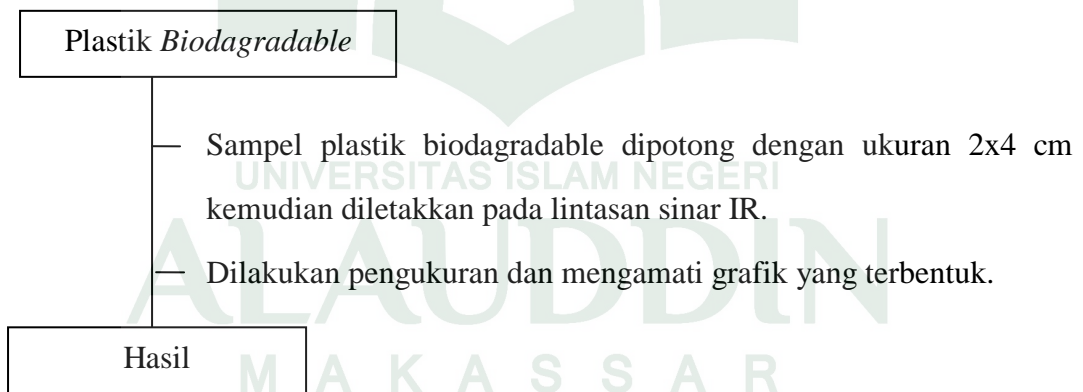c. Uji Biodegradabilitas Plastik *Biodegradable***d. Analisis dengan FT-IR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)**

e. Analisis dengan SEM (*scanning electron microscopy*)

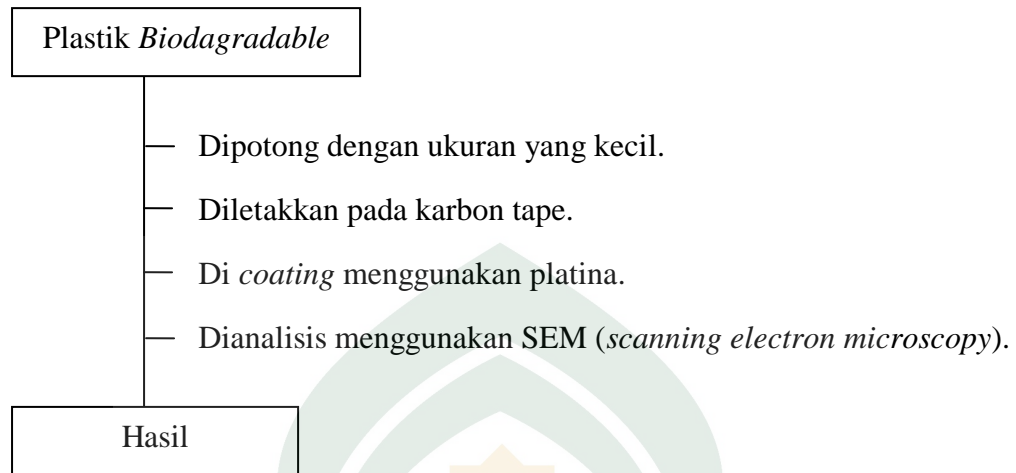

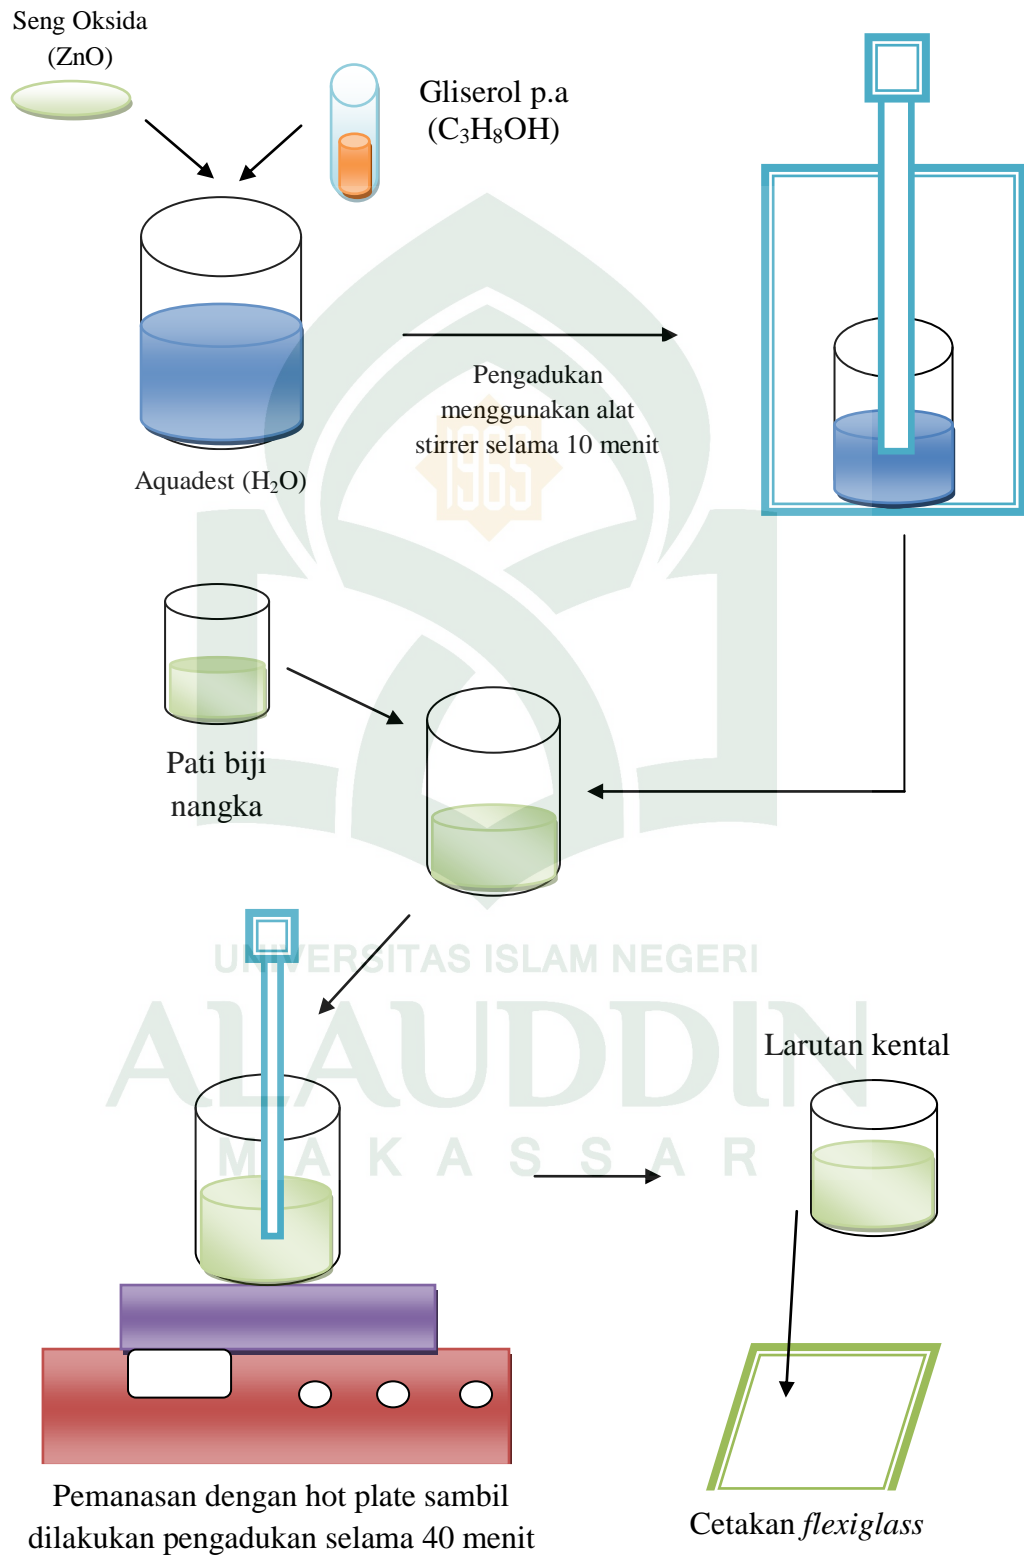Lampiran 5. Alur Proses Pembuatan Bioplastik

Lampiran 5: Analisis Data

1. Uji Ketahanan Terhadap Air

$$\% \text{ Air yang diserap} = \frac{W-W_0}{W_0} \times 100\%$$

Dimana W_0 = Berat sampel kering

W = Berat sampel setelah dikondisikan dalam aquadest

Sifat Hidrofobitasitas = 100% - Persen air yang diserap

1. Sampel 1 (Pati 5 gram, gliserol 15% dan seng oksida 6%)

$$\begin{aligned} \% \text{ Air yang diserap} &= \frac{W-W_0}{W_0} \times 100\% \\ &= \frac{0.3152-0.2460}{0.2460} \times 100\% \\ &= 28.130 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sifat Hidrofobilitas} &= 100\% - 28.130 \% \\ &= 71.86\% \end{aligned}$$

2. Sampel II (Pati 5 gram, gliserol 15% dan seng oksida 9%)

$$\begin{aligned} \% \text{ Air yang diserap} &= \frac{0.2844-0.2166}{0,2166} \times 100\% \\ &= 31.301 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sifat Hidrofobilitas} &= 100\% - 31.301\% \\ &= 68.699 \% \end{aligned}$$

3. Sampel III (Pati 5 gram, gliserol 15% dan seng oksida 12%)

$$\% \text{ Air yang diserap} = \frac{0,2555 - 0,1749}{0,1749} 100\%$$

$$= 46,083\%$$

$$\text{Sifat Hidrofobilitas} = 100\% - 46,083\%$$

$$= 53,917\%$$



4. Uji Biodegradabilitas

$$\% \text{ Kehilangan Berat} = \frac{w_1 - w_2}{w_1} 100\%$$

Dimana W_1 = Berat sampel sebelum penguburan

W_2 = Berat sampel setelah penguburan

1. Sampel I (Pati 5 gram, gliserol 15% dan seng oksida (ZnO) 6%)

$$\% \text{ Kehilangan Berat} = \frac{0.2550 - 0.1944}{0.1944} 100\%$$

$$= 31.172\%$$

$$\% \text{ berat Residual} = 100\% - 31.172\%$$

$$= 68.828\%$$

$$\text{Perkiraan waktu degradasi} = \frac{100\%}{68.828} \times 9 \text{ hari}$$

$$= 13.076 \text{ Hari}$$

2. Sampel II (Pati 5 gram, gliserol 15% dan seng oksida (ZnO) 9%)

$$\% \text{ Kehilangan Berat} = \frac{0.2467 - 0.1878}{0.1878} 100\%$$

$$= 31.363\%$$

$$\% \text{ berat Residual} = 100\% - 31.363\%$$

$$= 68.637\%$$

$$\text{Perkiraan waktu degradasi} = \frac{100\%}{68.637} \times 9 \text{ hari}$$

$$= 13.111 \text{ Hari}$$

3. Sampel III (Pati 5 gram, gliserol 15% dan seng oksida (ZnO) 12%)

$$\% \text{ Kehilangan Berat} = \frac{0,2287 - 0,1645}{0,1645} \times 100\%$$

$$= 39.027\%$$

$$\% \text{ berat Residual} = 100\% - 39.027\%$$

$$= 60.973\%$$


$$\text{Perkiraan waktu degradasi} = \frac{100\%}{60.973} \times 100\%$$

$$= 14.758 \text{ Hari}$$



Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian

A. Ekstraksi Pati Biji Nangka

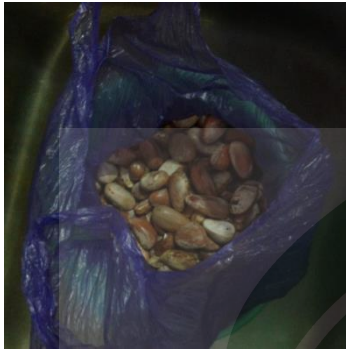

Limbah Biji Nangka



Dibersihkan




Dipotong-potong kecil



Ditimbang



Dihaluskan)

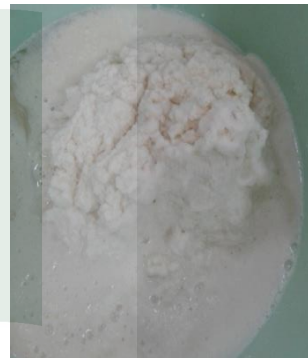


Disaring



Hasil saringan I



Ampas hasil saringan I di timbang

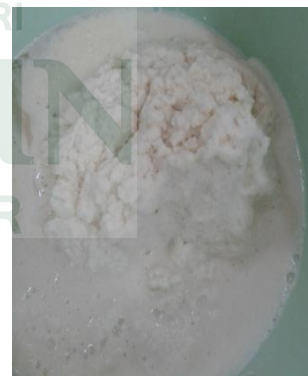

Ampas + air



Hasil saringan II



Di diamkan



Diperoleh pati basah




Pati basah disaring



Dikeringkan dalam Oven



Di ayak menggunakan sieve shaker

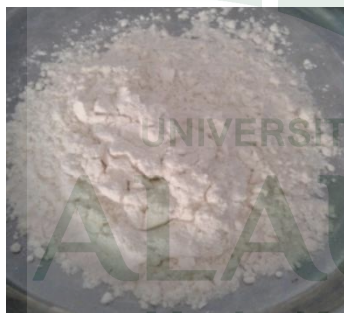

Hasil Pati Biji Nangka

B. Pembuatan Plastik Biodegradable



Pati Biji Nangka



Seng ksida (ZnO)



Aquadest (H₂O)




Pengadukan dgn Stirer



Gliserol



Proses Gelatinasi

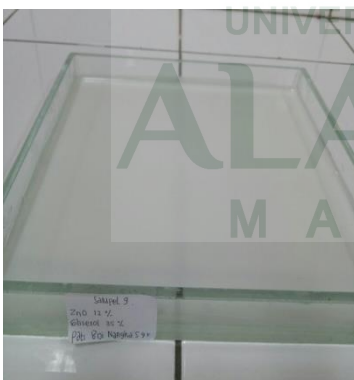

**Proses pencetakan
pada *flexiglass***



**Pengeringan
pada oven**



**Pengeringan manual,
dgn bantuan cahaya
lampu**



Hasil Plastik Biodegradable

C. Uji Ketahanan Air



Aquadest (H₂O)

**Di stopwatch
selama 10 detik**



**Penimbangan hasil
bioplastik terhadap air**

D. Uji Biodegradable



Proses sampling



Menimbang tanah



dilarutkan



Hingga terbentuk 2 fase



Diukur pH nya



Menimbang berat awal



Penguburan dalam tanag




Menimbang berat setelah terdegradasi



Hasil biodegradabilitas

E. Uji FTIR

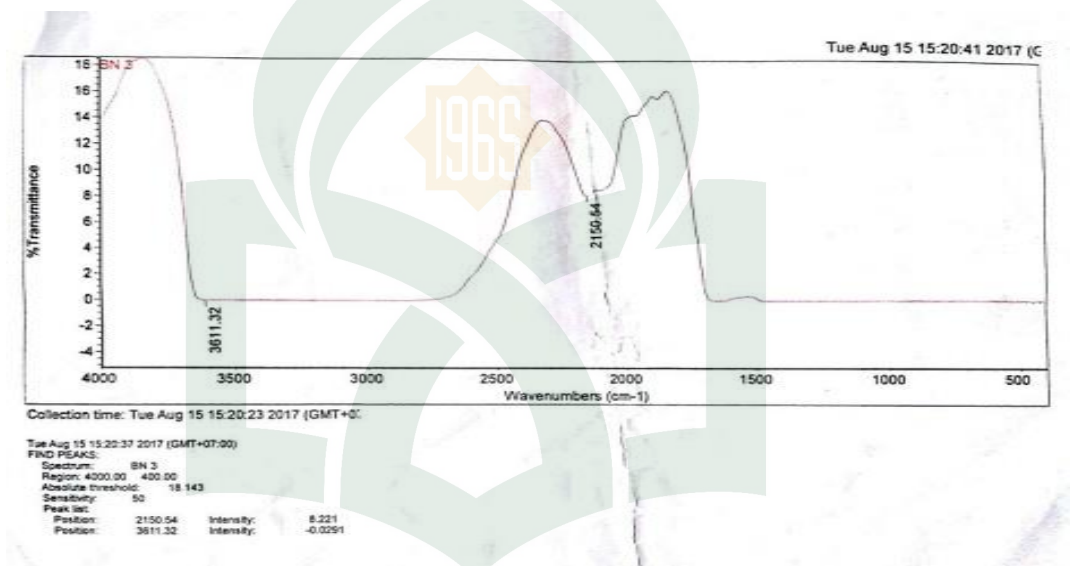


Hasil Uji FTIR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

F. Uji SEM

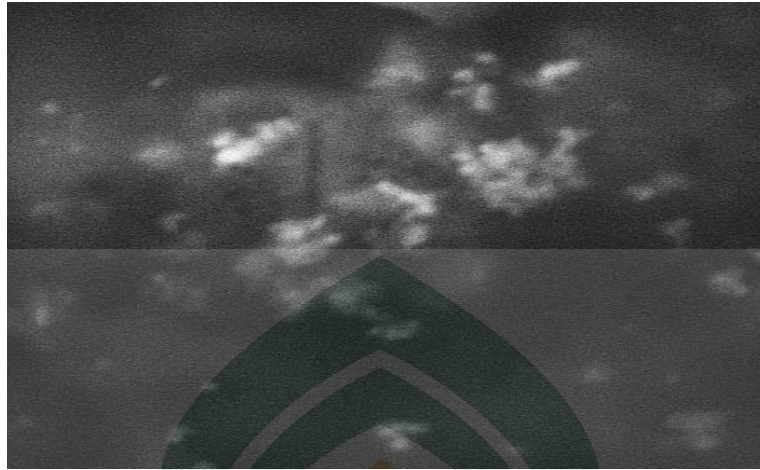

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi berjudul “**Sintesis dan Uji Kualitas Plastik *Biodegradable* dari Pati Biji Nangka Menggunakan Variasi Penguat Logam Seng Oksida (ZnO) dan *Plasticizer* Gliserol**” bernama lengkap Fitriyani, lahir di Ujung Pandang kota Makassar, pada tanggal 22 maret 1994. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara pasangan suami istri Bapak Najamuddin dan Ibu Dirisiah. Penulis memulai pendidikan formal tahun 1999 di Taman Kanak-Kanak Nahdhiyat Ujung Pandang. Melanjutkan pendidikan SDN tahun 2000 di SD Inpres Banta-bantaeng I Makassar hingga lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan SMPN di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan SMAN pada tahun 2009 di Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK Makassar dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S1-nya tahun 2013 di UIN Alauddin Makassar melalui jalur UMM dengan mengambil Jurusan Kimia hingga lulus pada tahun 2018 dengan gelar Sarjana Sains (S.Si).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R